

**Laatuinformaatio vko 15**

pvm:

12.4.2019

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	01.04.	25	27.03.	37	06.03.	50				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	03.04.	25	01.04.	37	12.03.	50	460	33	8	16
	08.04.	26	03.04.	36	13.03.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	03.04.	22	27.03.	46	06.03.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	08.04.	22	01.04.	47	12.03.	55	460	32	7	0
	10.04.	22	03.04.	46	13.03.	54				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	03.04.	32	01.04.	46	06.03.	62				
CEM I 52.5 R	08.04.	32	03.04.	46	12.03.	61	540	32	4	0
	10.04.	32	08.04.	45	13.03.	61				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	21.11.	26	21.11.	61	21.11.	74	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

**Lappeenranta**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	01.04.	25	27.03.	40	06.03.	47				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	03.04.	25	01.04.	41	11.03.	47	440	33	13	9
	08.04.	25	03.04.	40	13.03.	47				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	03.04.	23	27.03.	51	06.03.	58				
CEM II/A-LL 52.5 N	08.04.	24	01.04.	51	11.03.	59	500	30	8	0
	10.04.	23	03.04.	52	13.03.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	03.04.	30	01.04.	42	06.03.	65				
CEM I 52.5 R	08.04.	30	03.04.	42	11.03.	66	550	32	3	0
	10.04.	30	08.04.	43	13.03.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	01.04.	28	25.03.	44	04.03.	52				
CEM I 42.5 N - SR3	03.04.	29	27.03.	44	06.03.	52	370	23	3	0
	08.04.	31	01.04.	45	11.03.	53				

**Kantvik**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	23.10.	18	23.10.	30	23.10.	56	400	34	3.5	0
CEM I 52.5 N										

**Raahen kuonajauheen laatuinformaatio**

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
01.04.	396	25.03.	77 %	04.03.	110 %
04.04.	395	28.03.	74 %	07.03.	111 %
08.04.	390	01.04.	75 %	11.03.	112 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruokonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200


# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

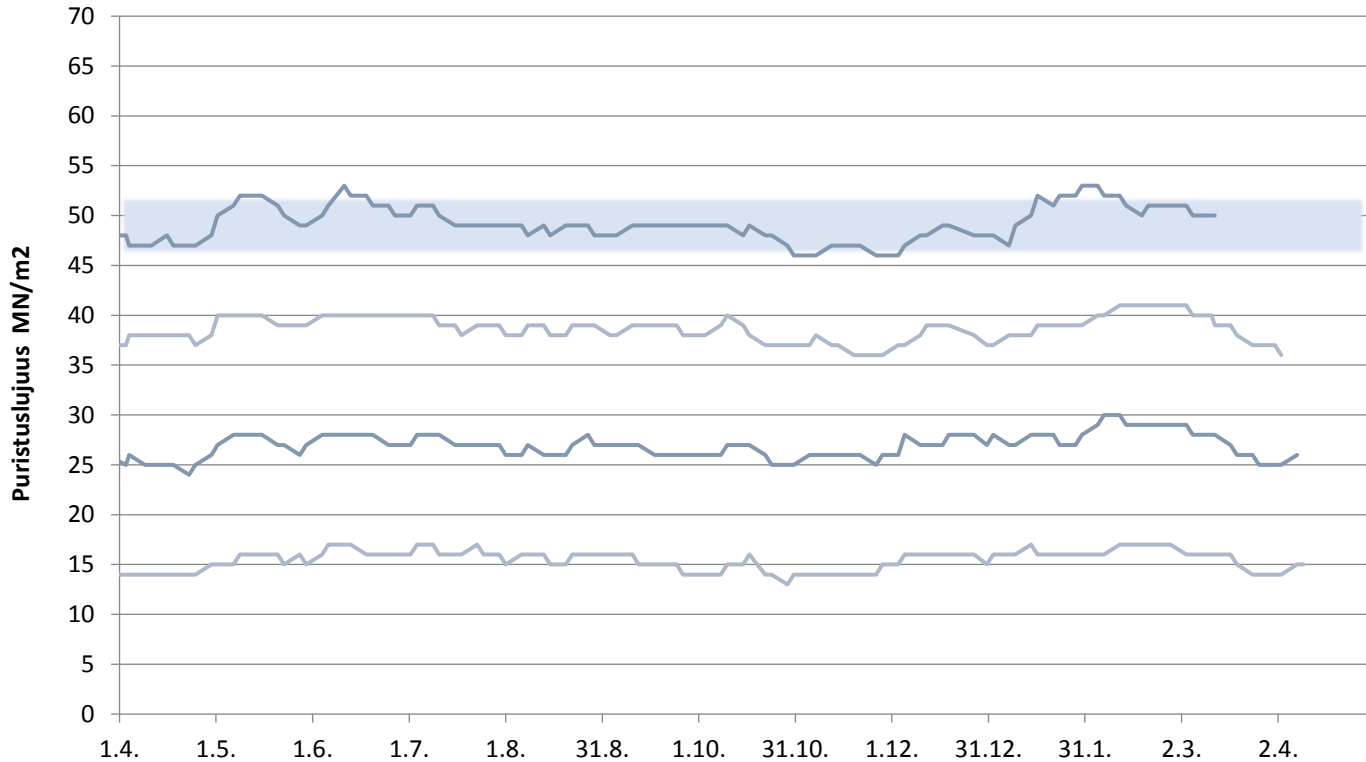


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

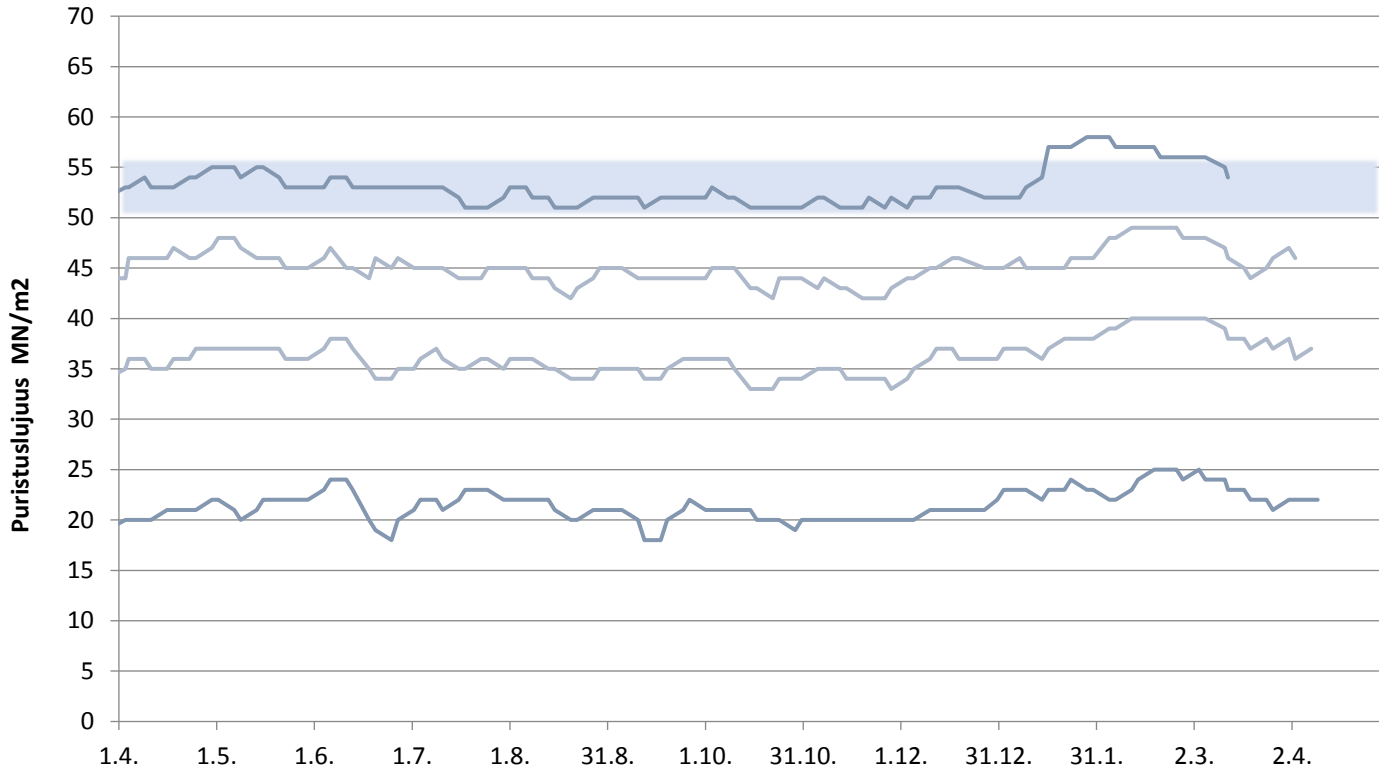


# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

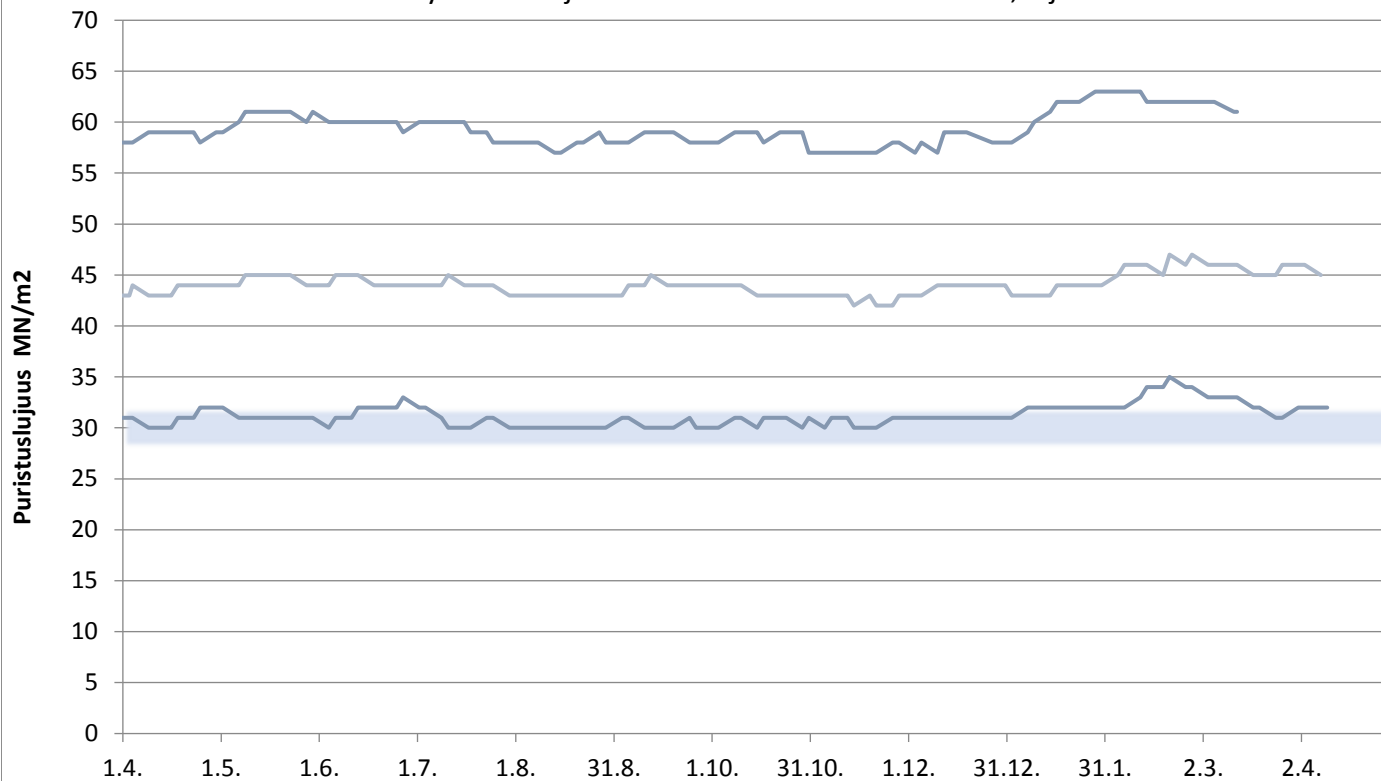


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

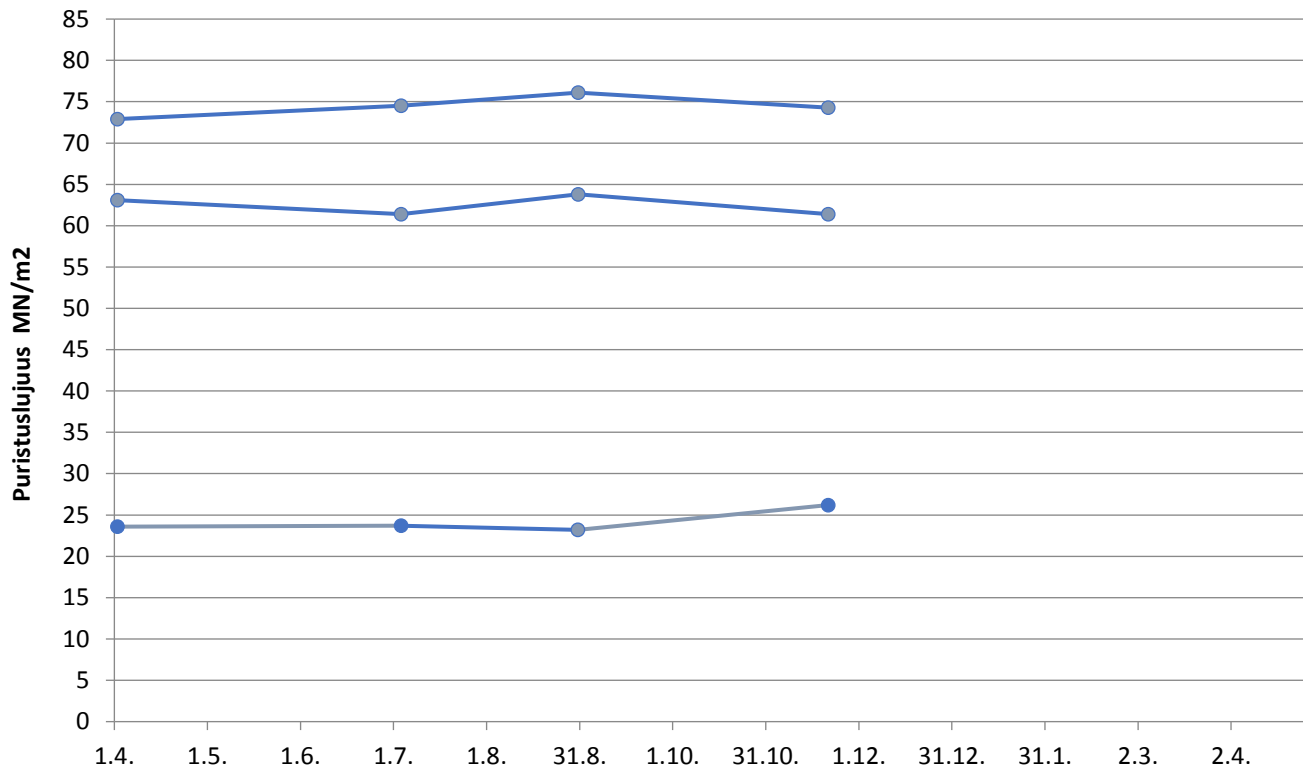

# Lappeenrannan Plussementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

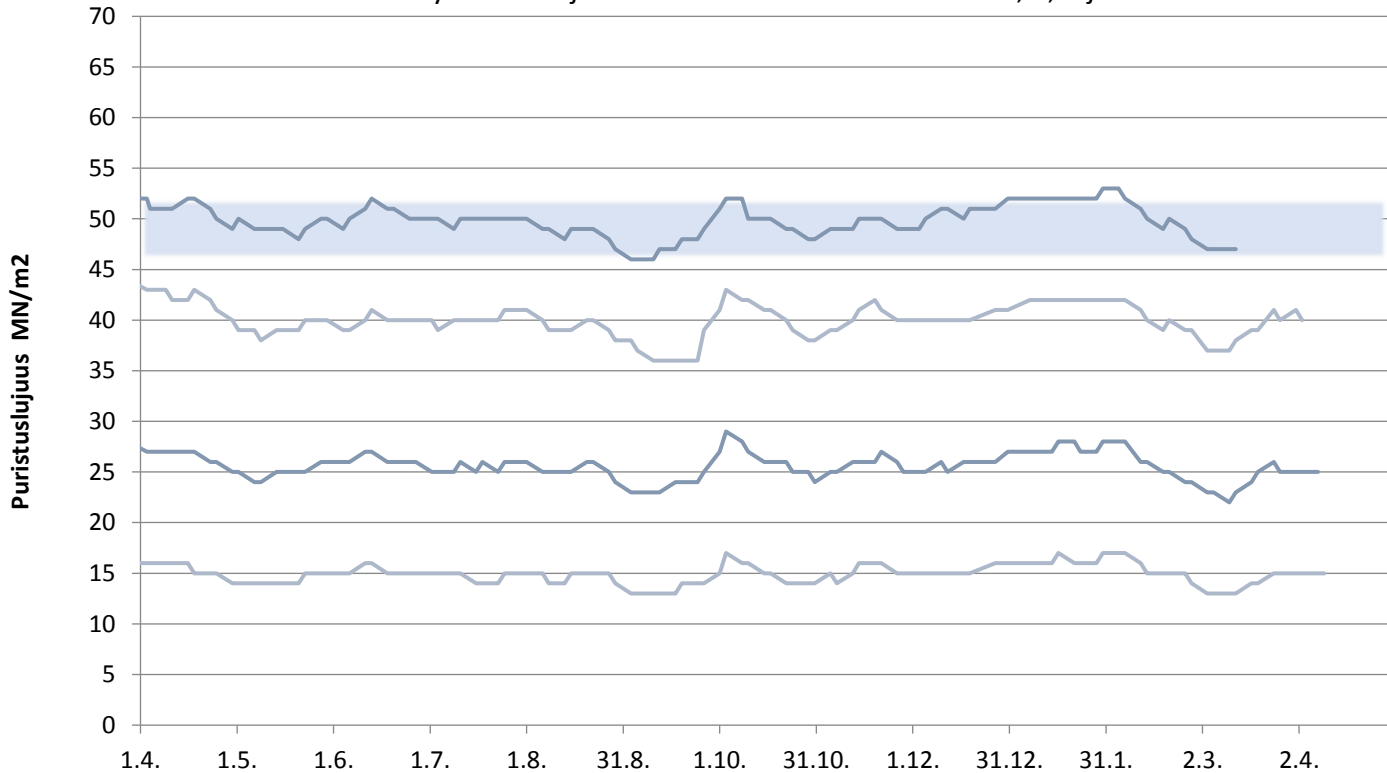

päivitetty 12.4.2019


# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

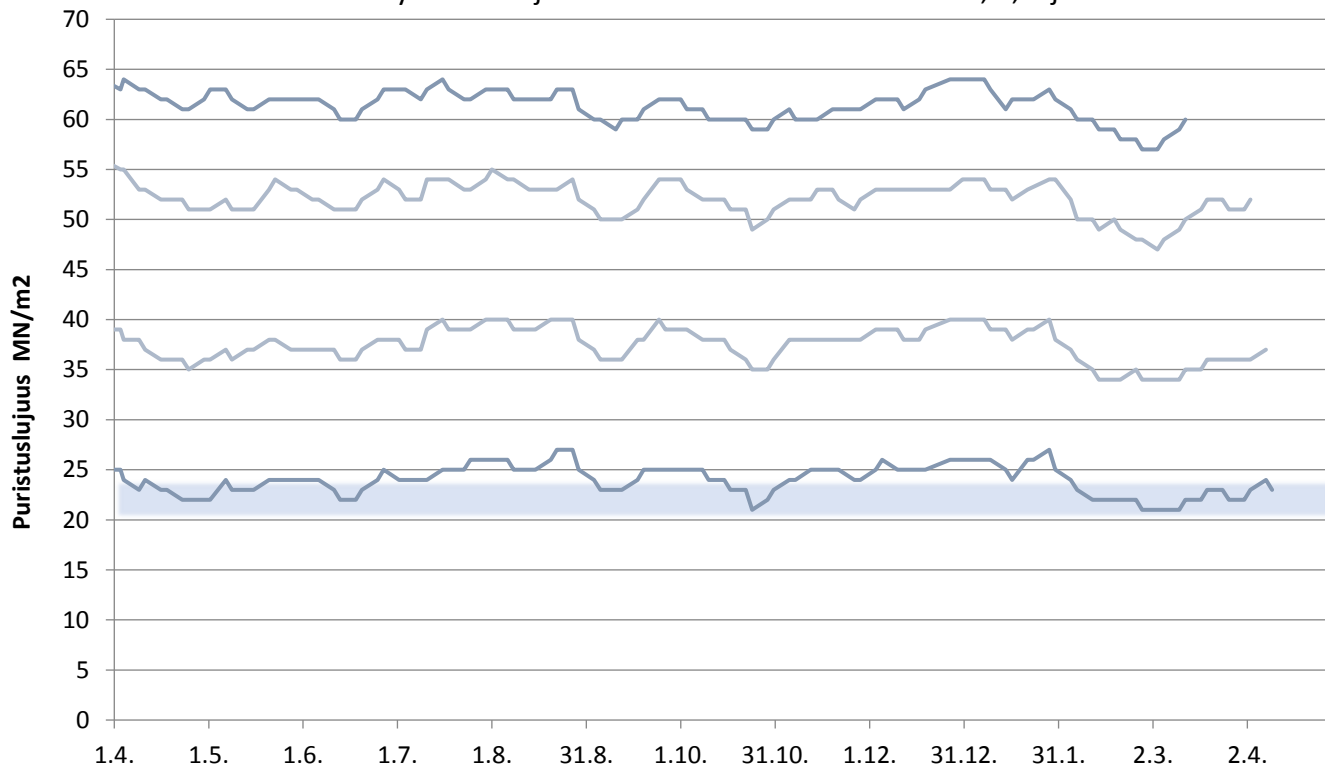

# Lappeenrannan Pikasementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

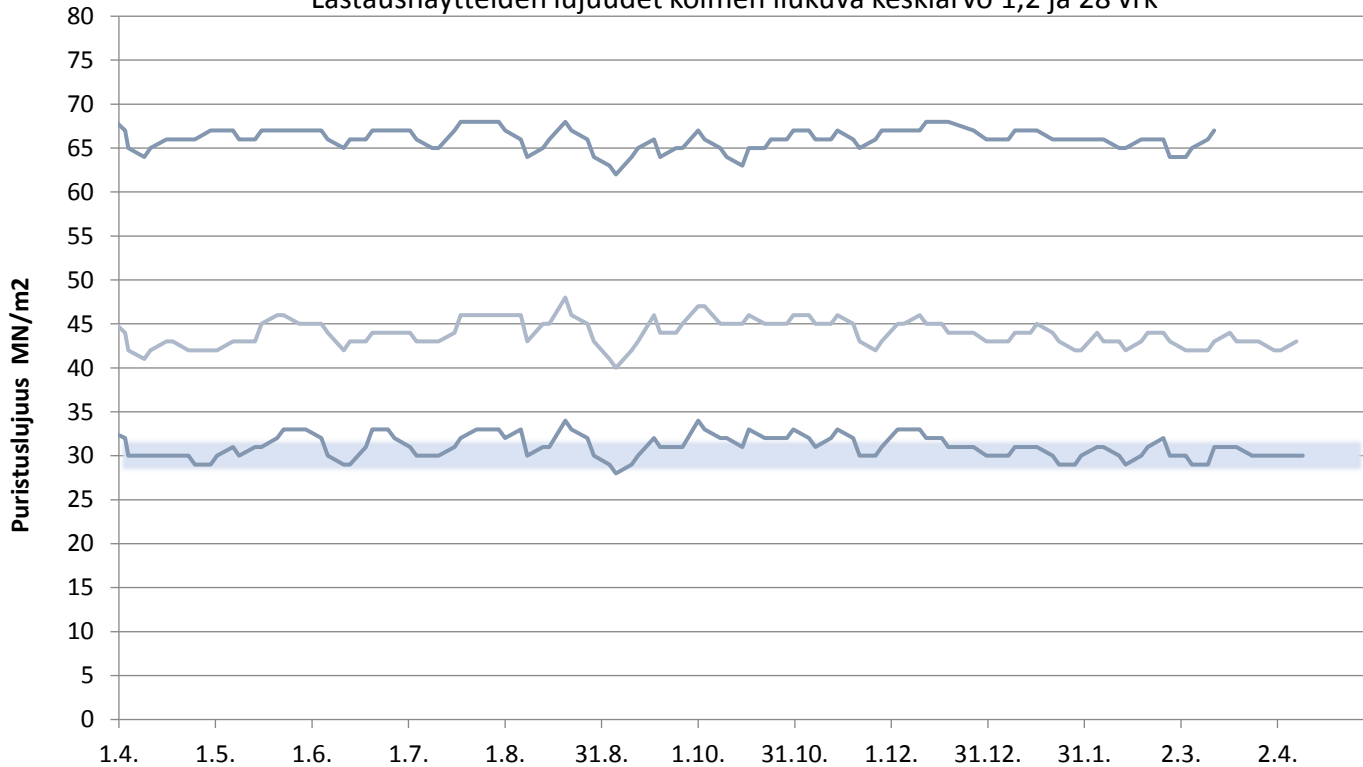




# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

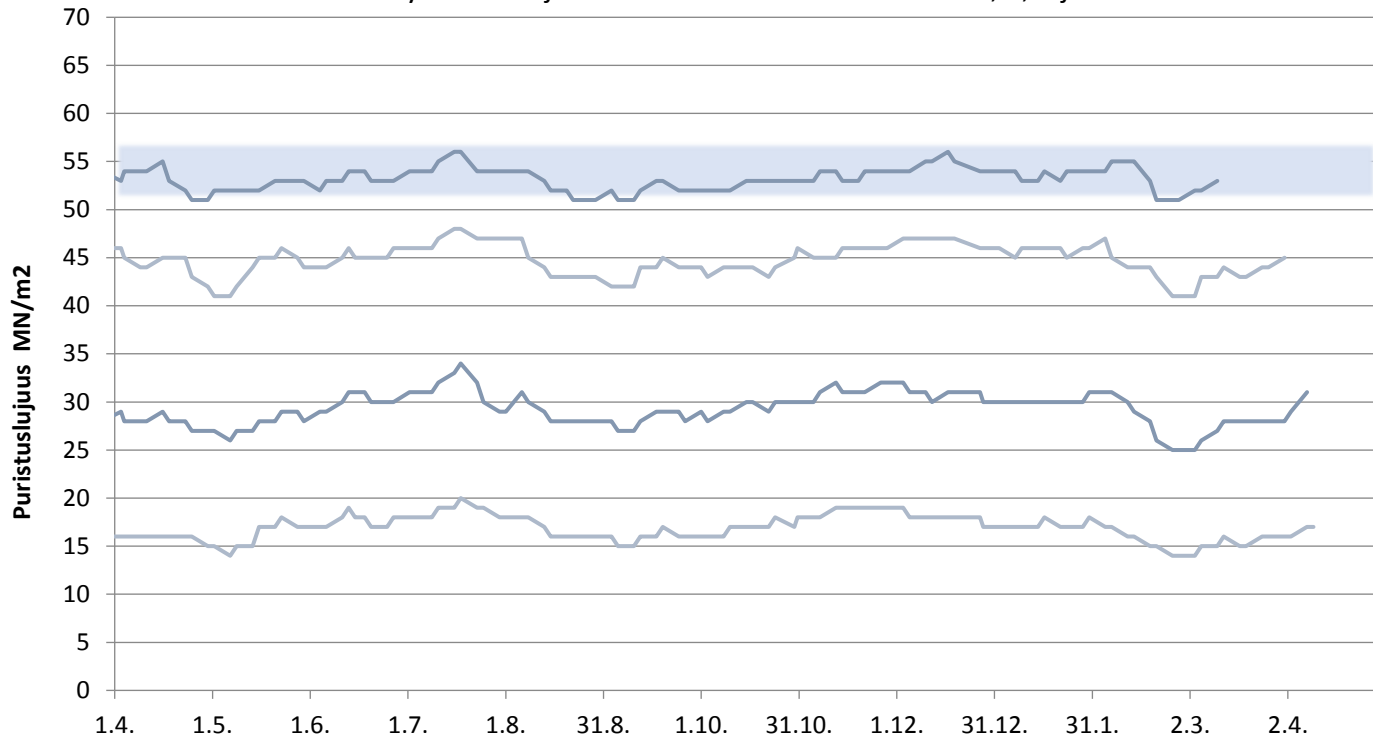


# Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

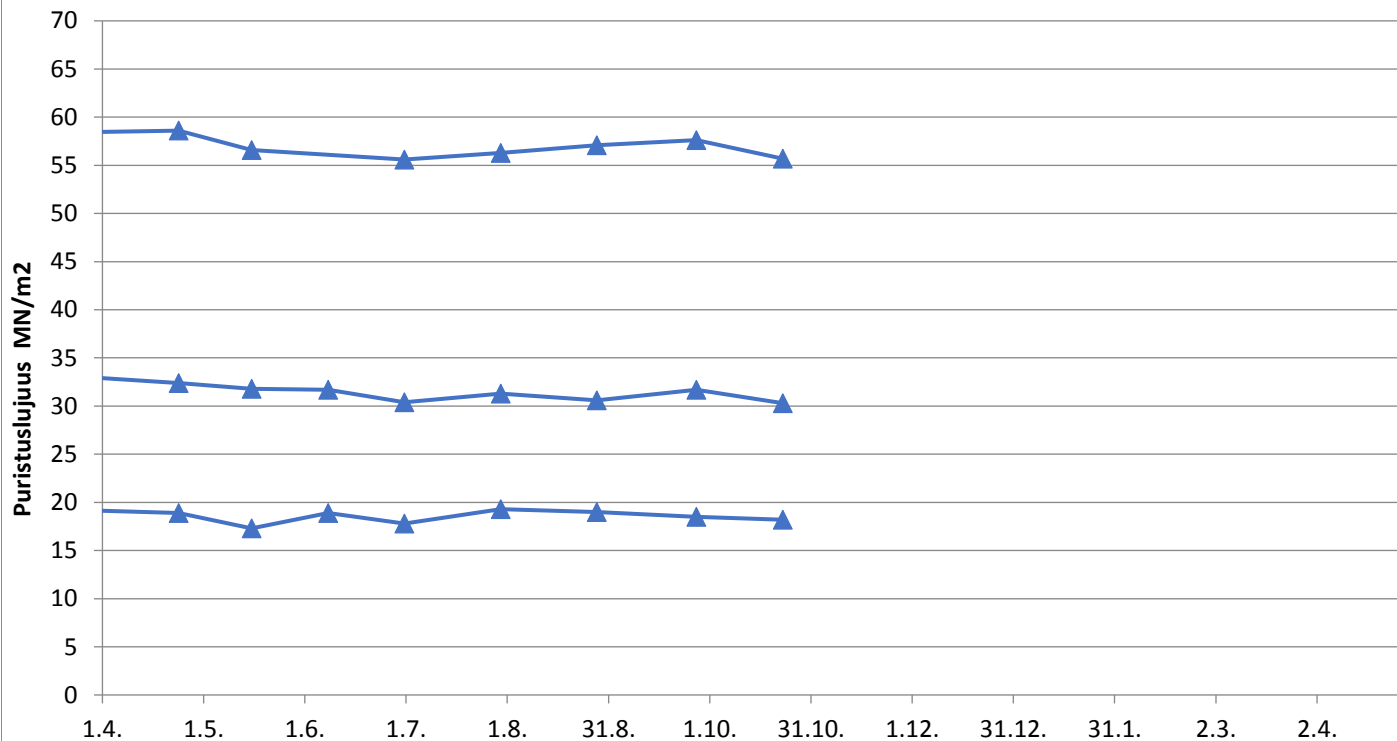


# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

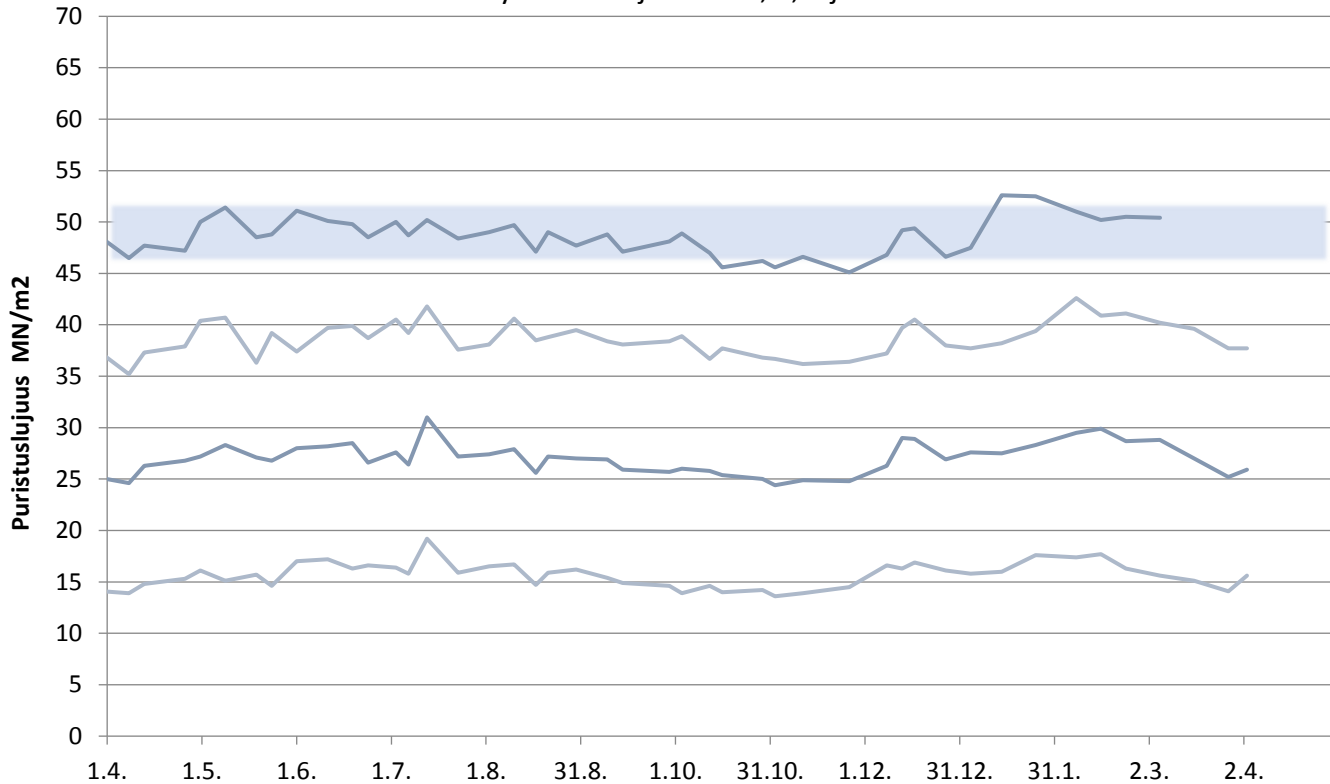


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

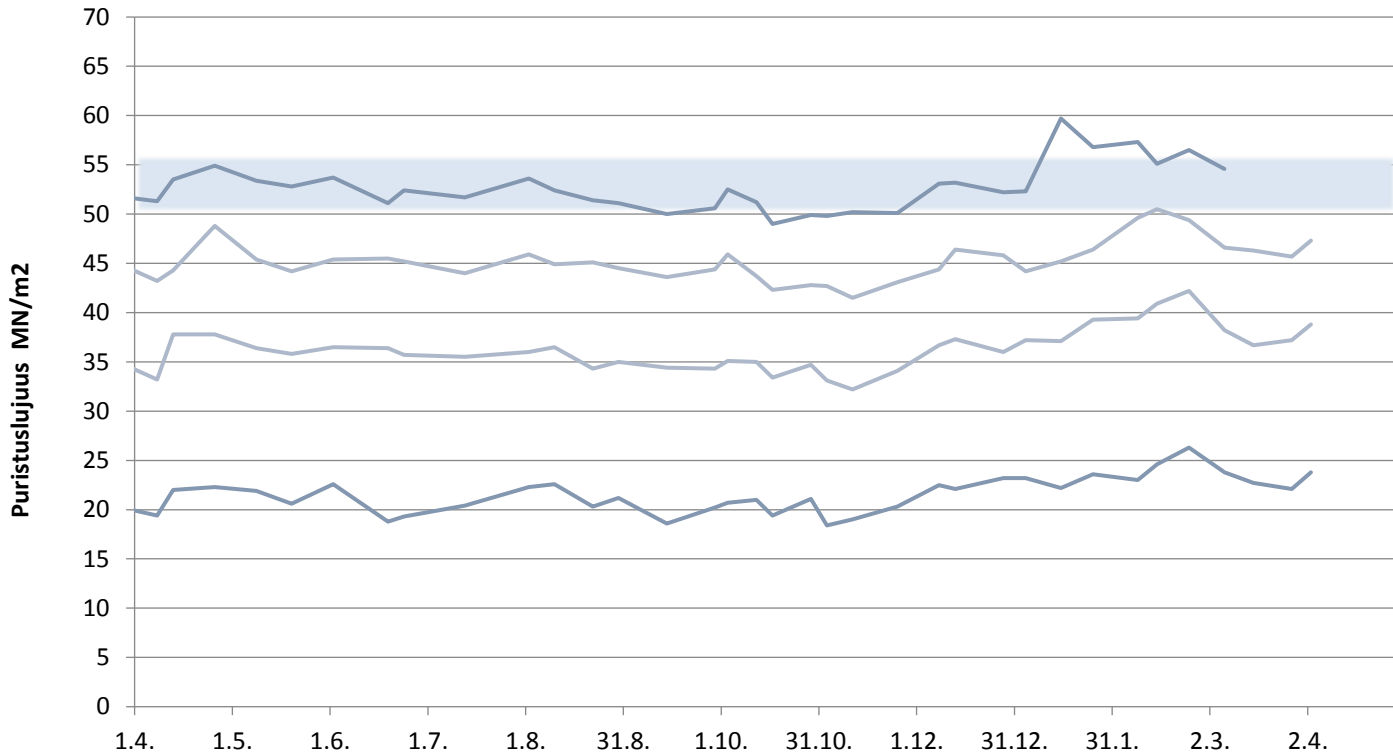


# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

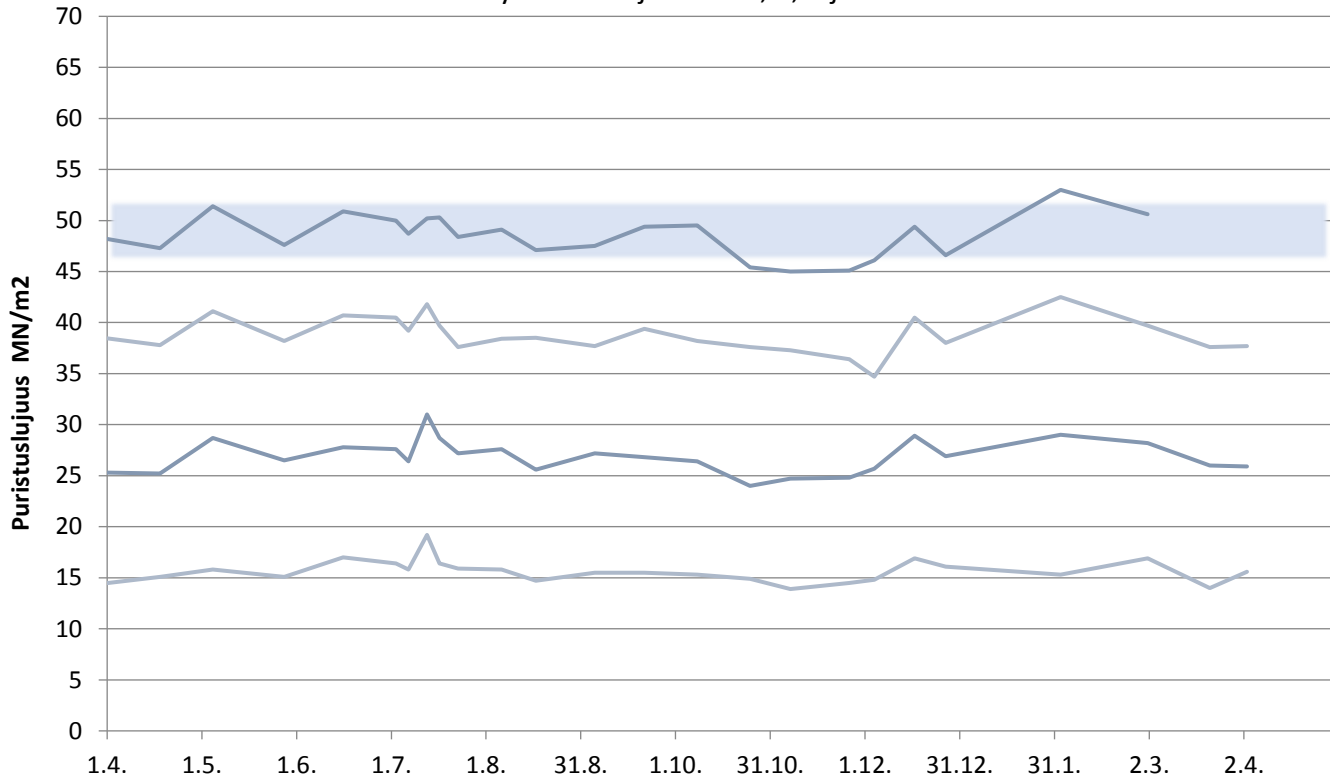


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

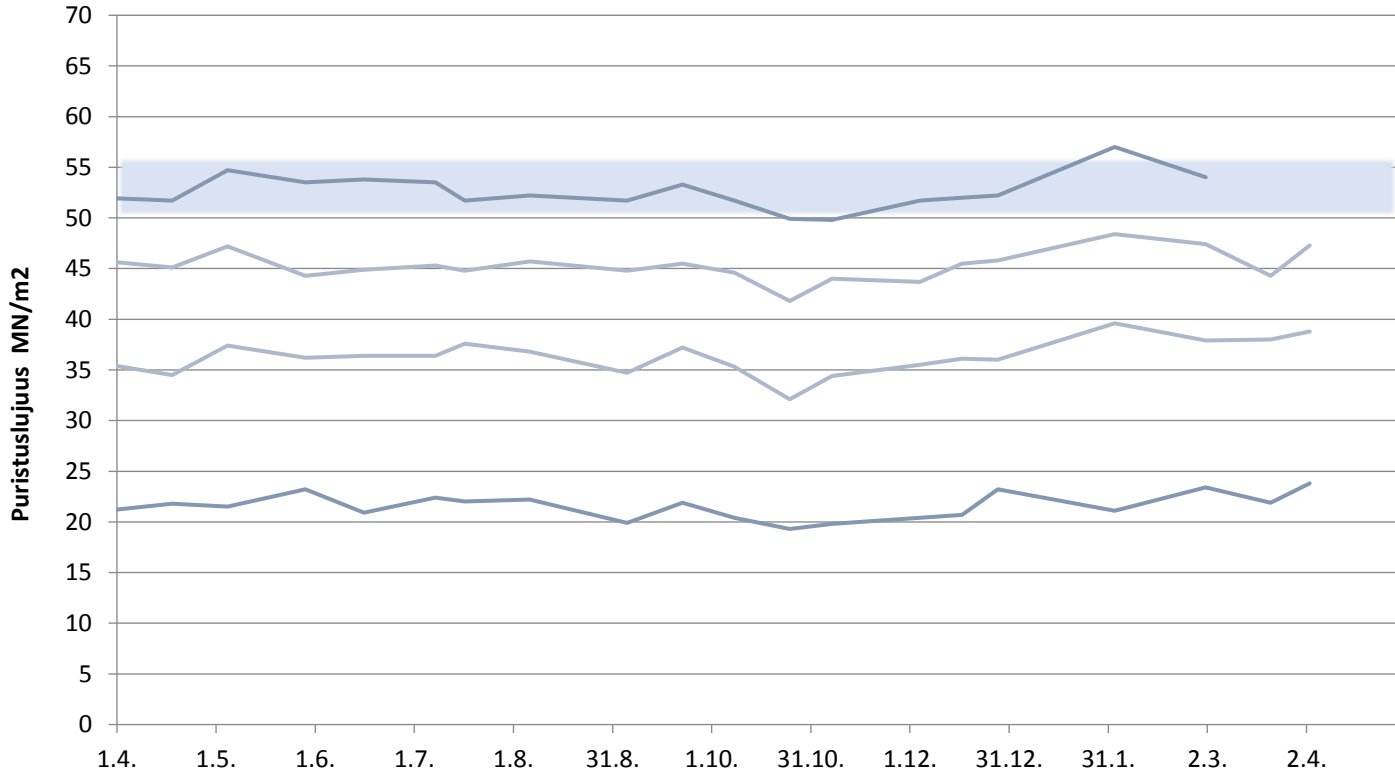

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

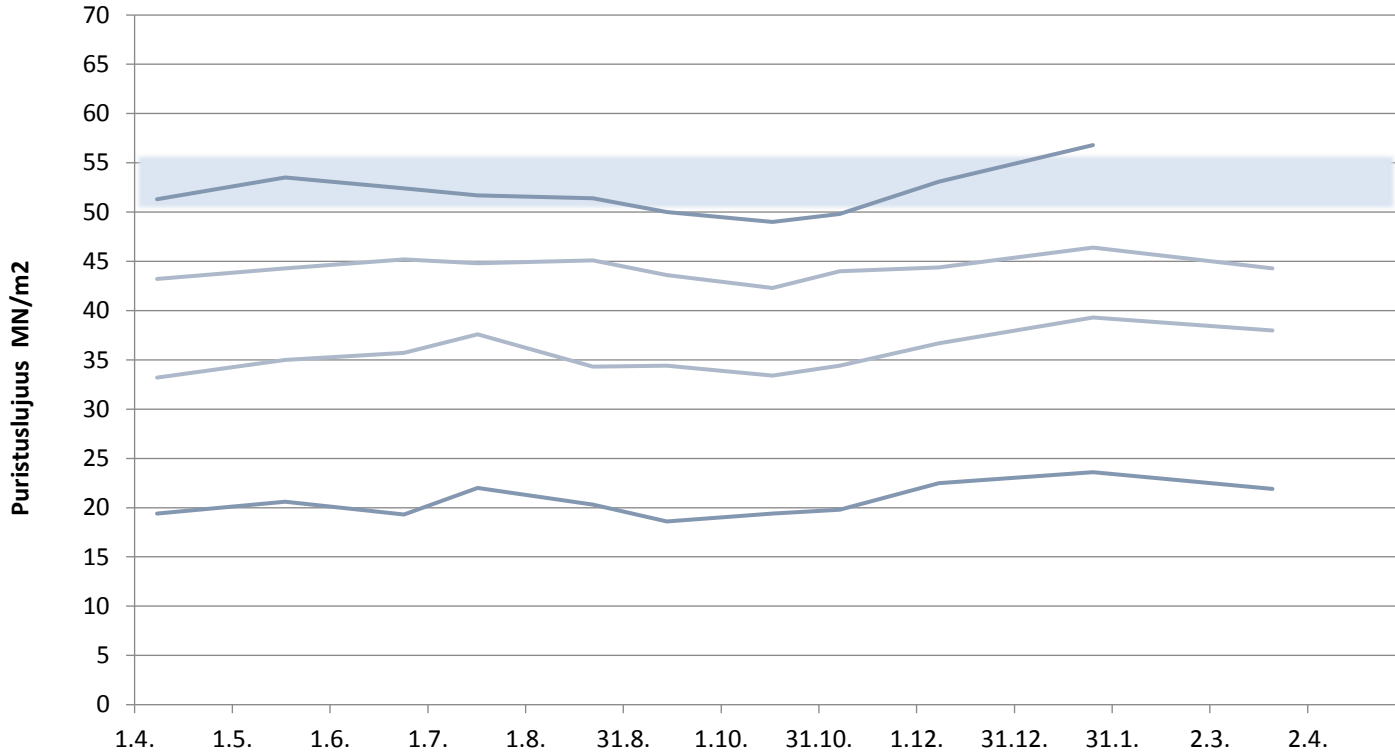

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

