

**Laatuinformaatio vko 20**

pvm:

15.5.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	04.05.	26	29.04.	39	08.04.	50				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	06.05.	27	04.05.	40	14.04.	51	440	35	8	18
	11.05.	27	06.05.	41	15.04.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	06.05.	22	29.04.	48	08.04.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	11.05.	21	04.05.	49	14.04.	54	460	33	6	0
	13.05.	22	06.05.	49	15.04.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	06.05.	30	04.05.	45	08.04.	61				
CEM I 52.5 R	11.05.	30	06.05.	45	14.04.	61	550	34	4	
	13.05.	31	11.05.	45	15.04.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	10.02.	25	10.02.	62	10.02.	73	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

**Lappeenranta**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-seimentti	04.05.	24	29.04.	39	08.04.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	06.05.	25	04.05.	39	14.04.	51	450	32	15	9
	11.05.	25	06.05.	39	15.04.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidseimentti	04.05.	23	29.04.	52	08.04.	60				
CEM II/A-LL 52.5 N	06.05.	23	04.05.	51	14.04.	60	490	29	7	0
	11.05.	23	06.05.	52	15.04.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	06.05.	30	04.05.	43	08.04.	67				
CEM I 52.5 R	11.05.	29	06.05.	43	14.04.	67	560	30	4	0
	13.05.	30	11.05.	42	15.04.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti	04.05.	28	29.04.	45	08.04.	52				
CEM I 42.5 N - SR3	06.05.	28	04.05.	45	14.04.	52	380	23	4	0
	11.05.	29	06.05.	46	15.04.	53				

**Raahen kuonajauheen laatuinformaatio**

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
04.05.	379	27.04.	57 %	06.04.	93 %
07.05.	380	30.04.	58 %	09.04.	94 %
11.05.	387	04.05.	58 %	14.04.	97 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200


# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

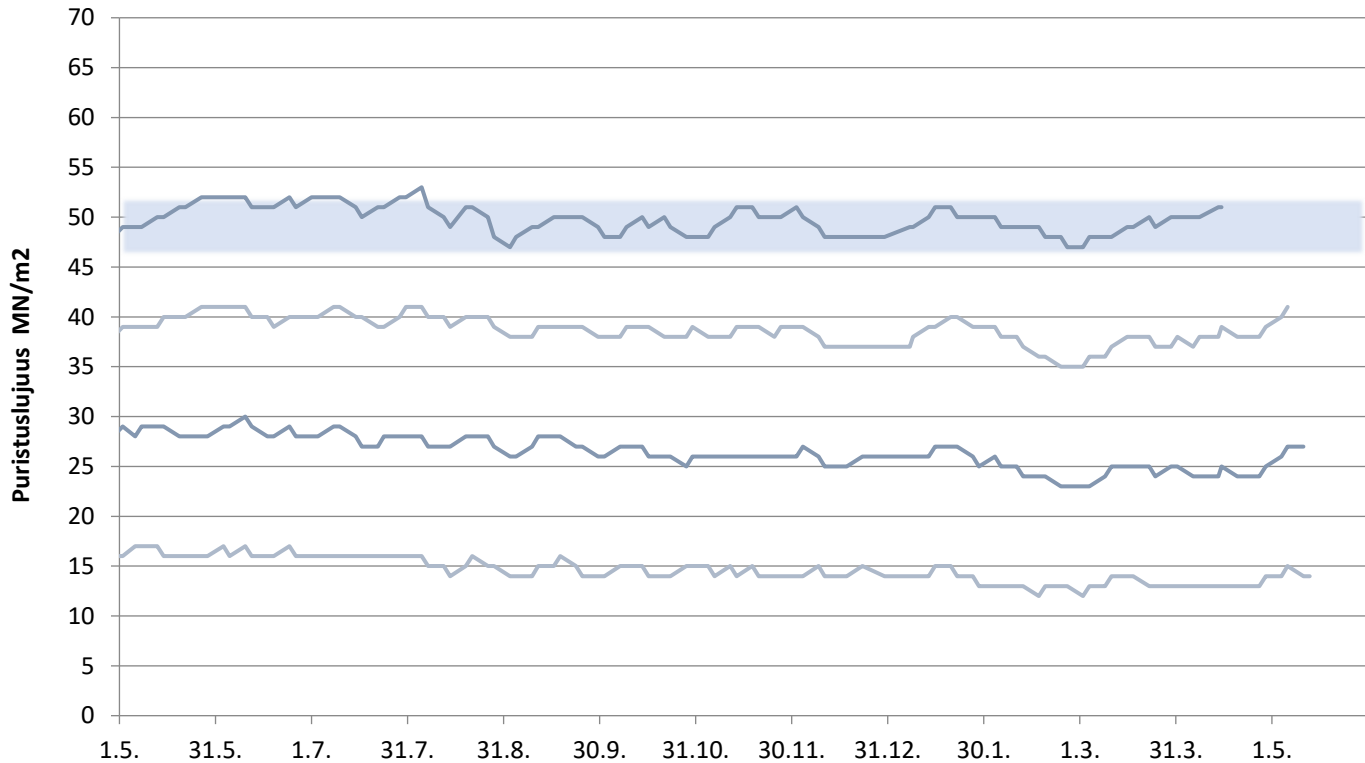


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

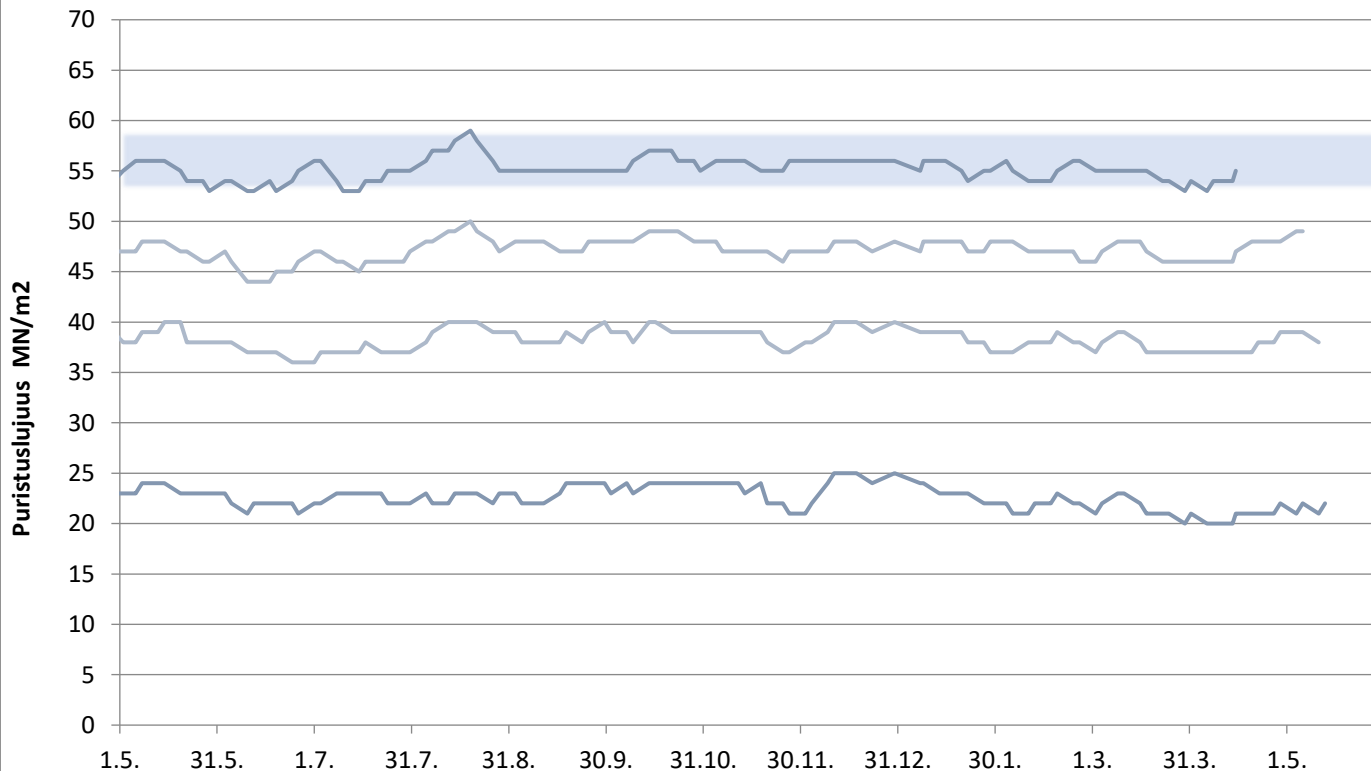

# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

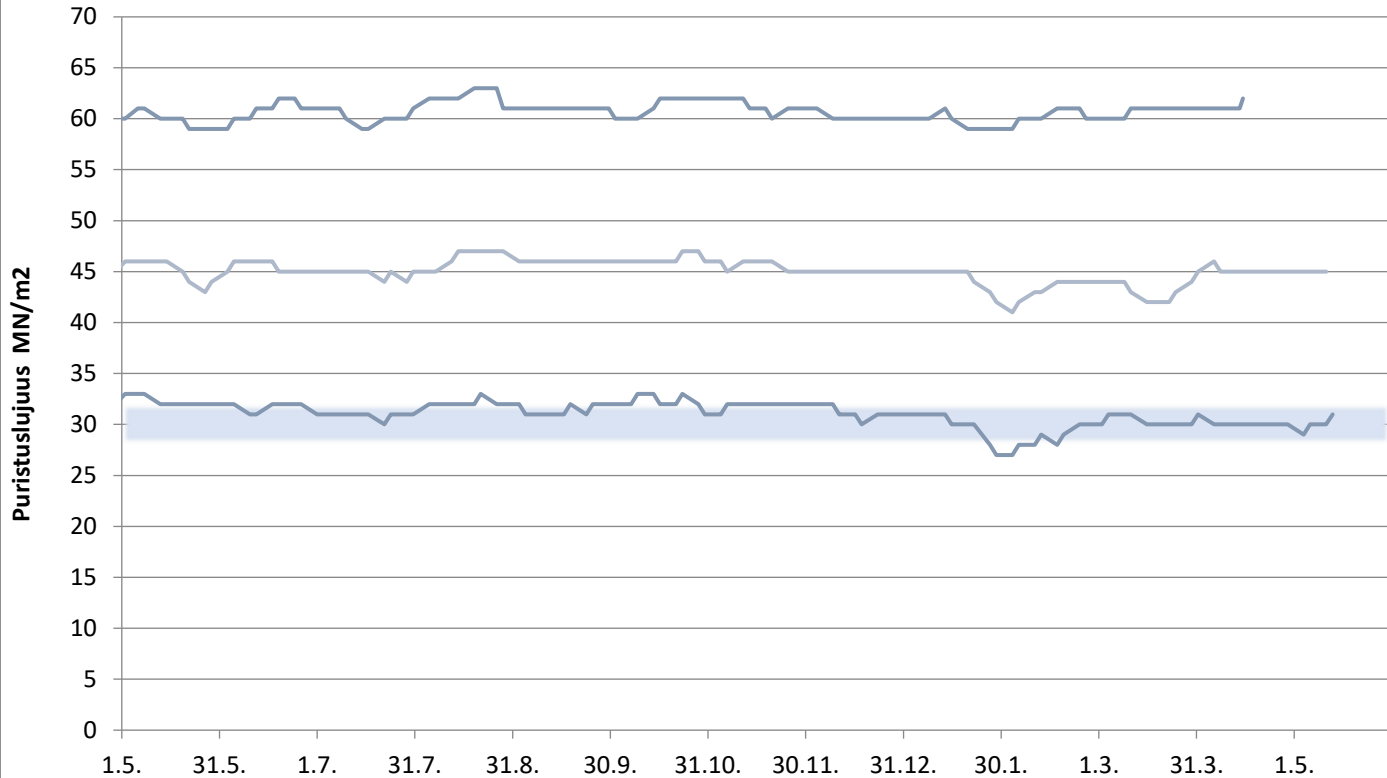


**FINN**SEMENTTI  
A CRH COMPANY

päivitetty 15.5.2020


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

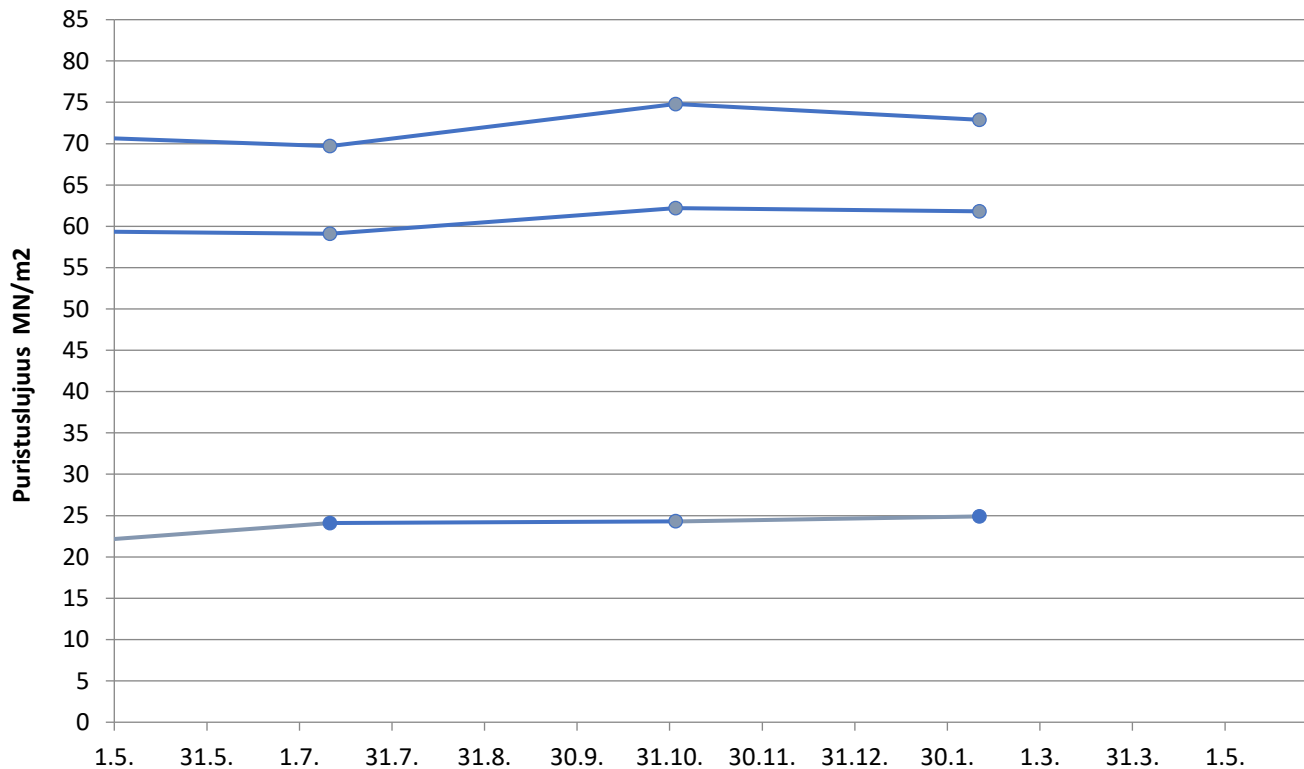

# Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

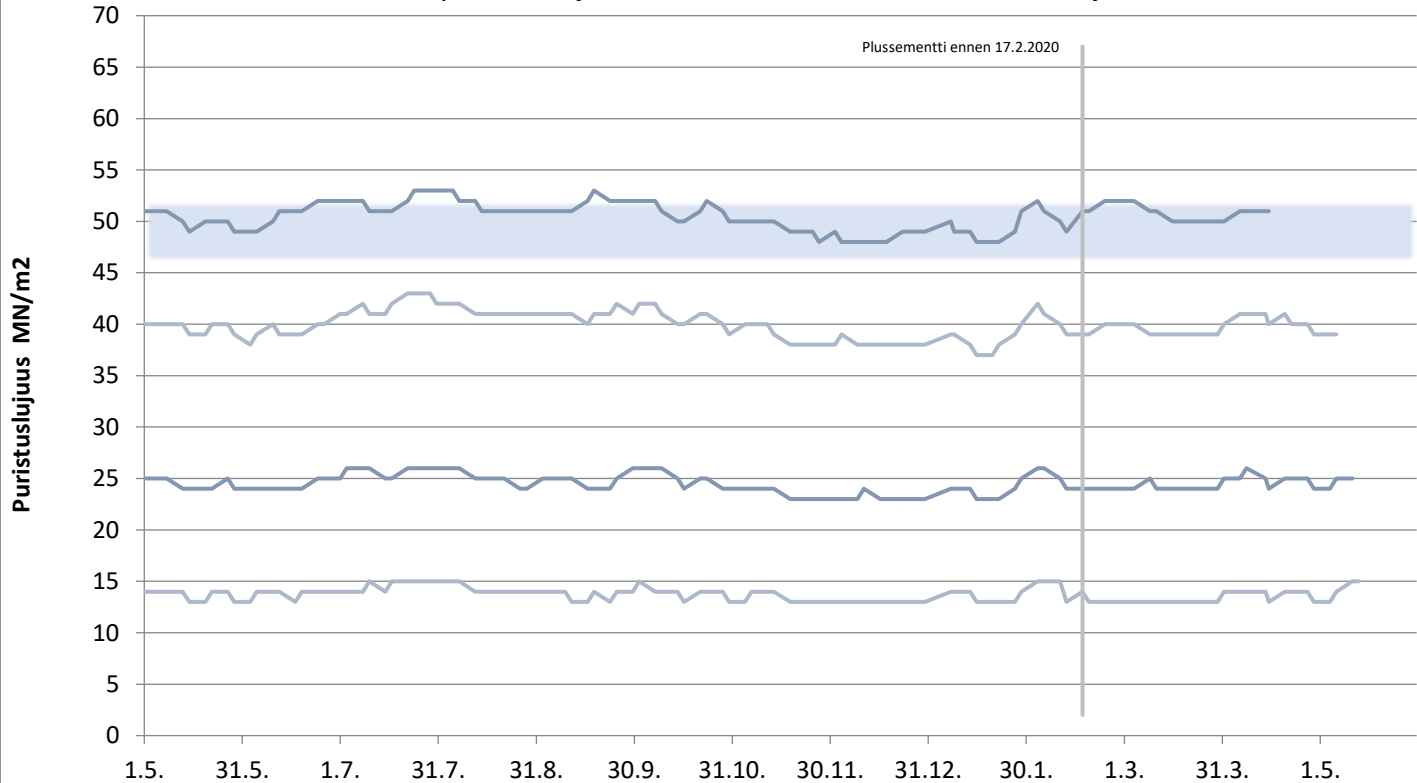


Plussementti ennen 17.2.2020

päivitetty 15.5.2020

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

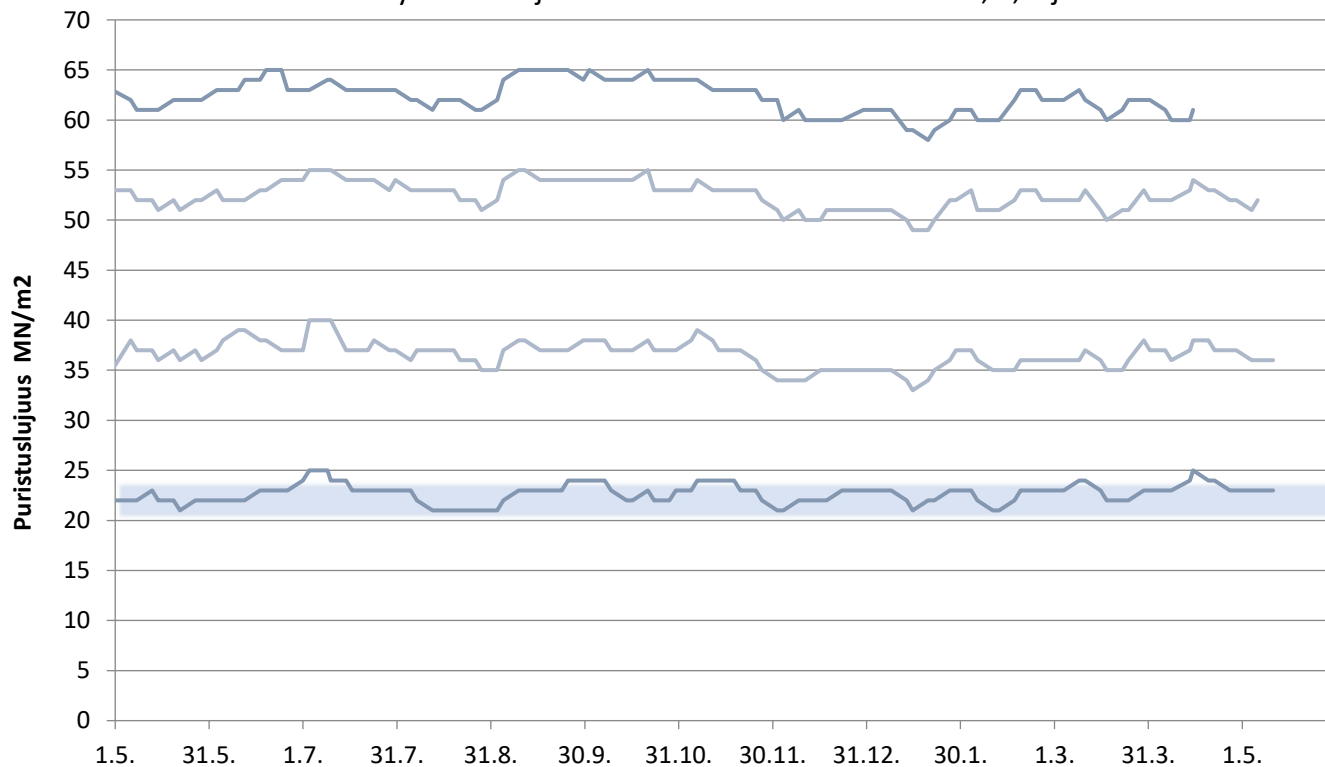


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 15.5.2020

# Lappeenrannan Pikasementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

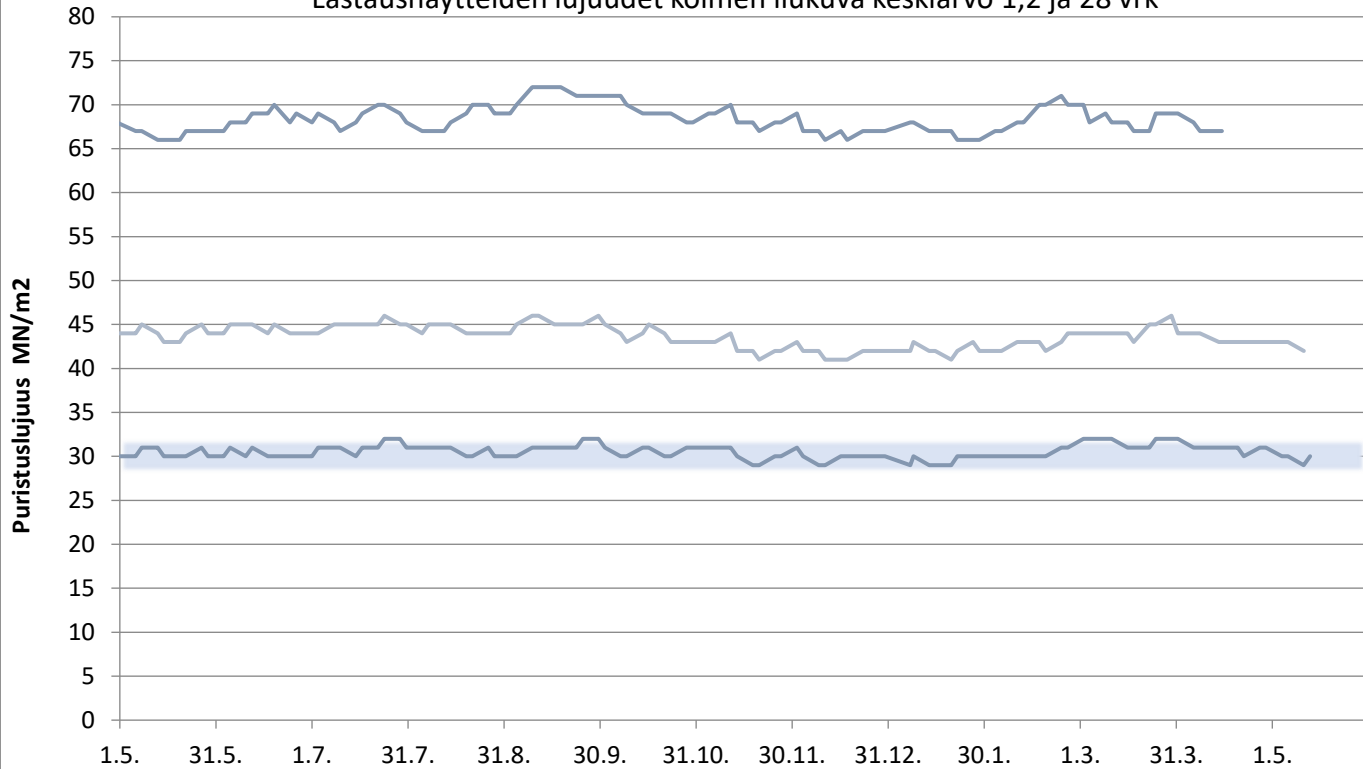




# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

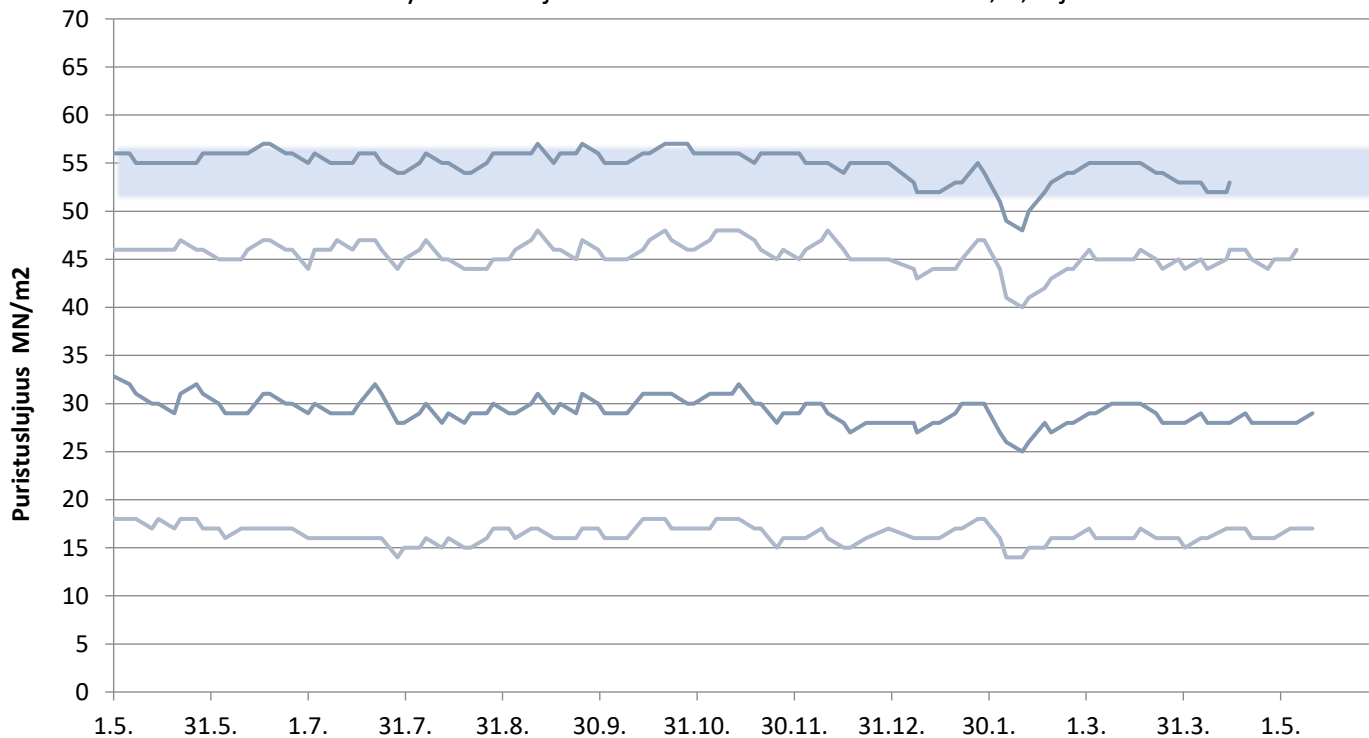


# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

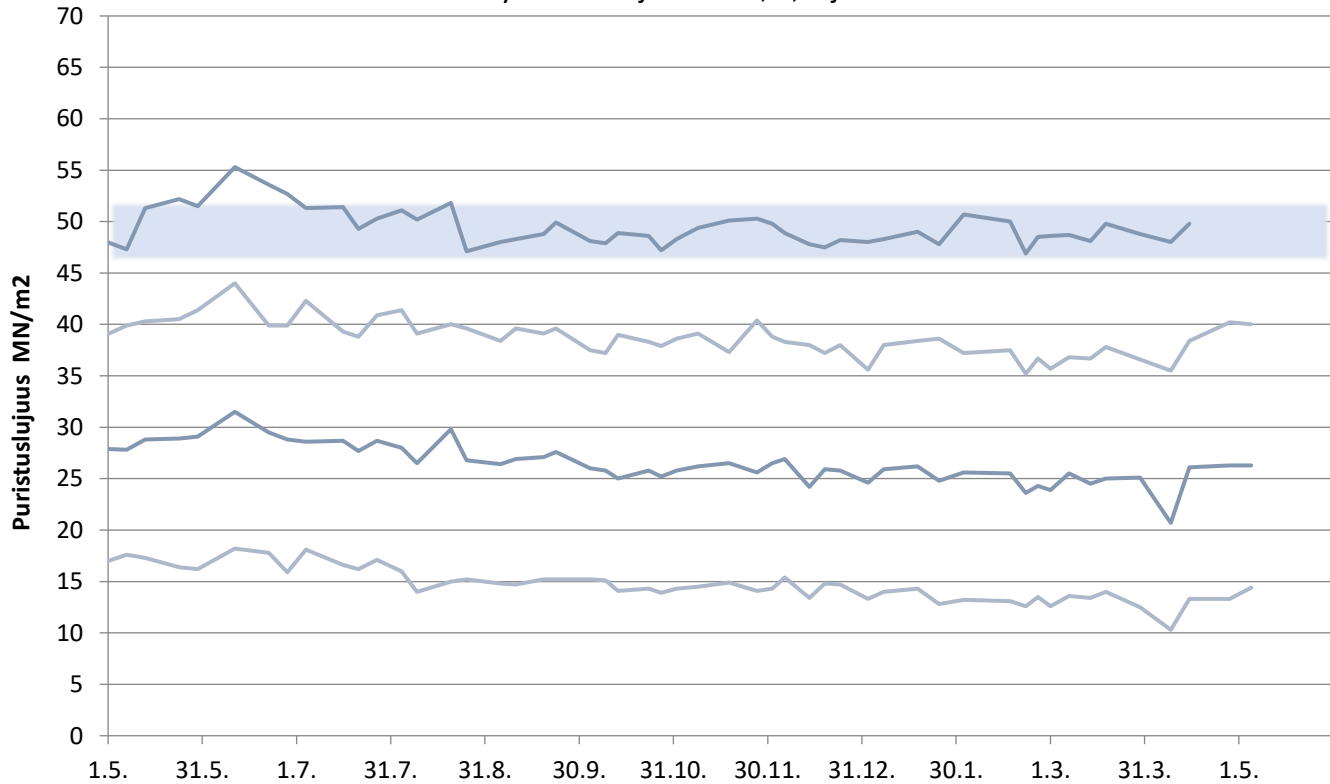


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

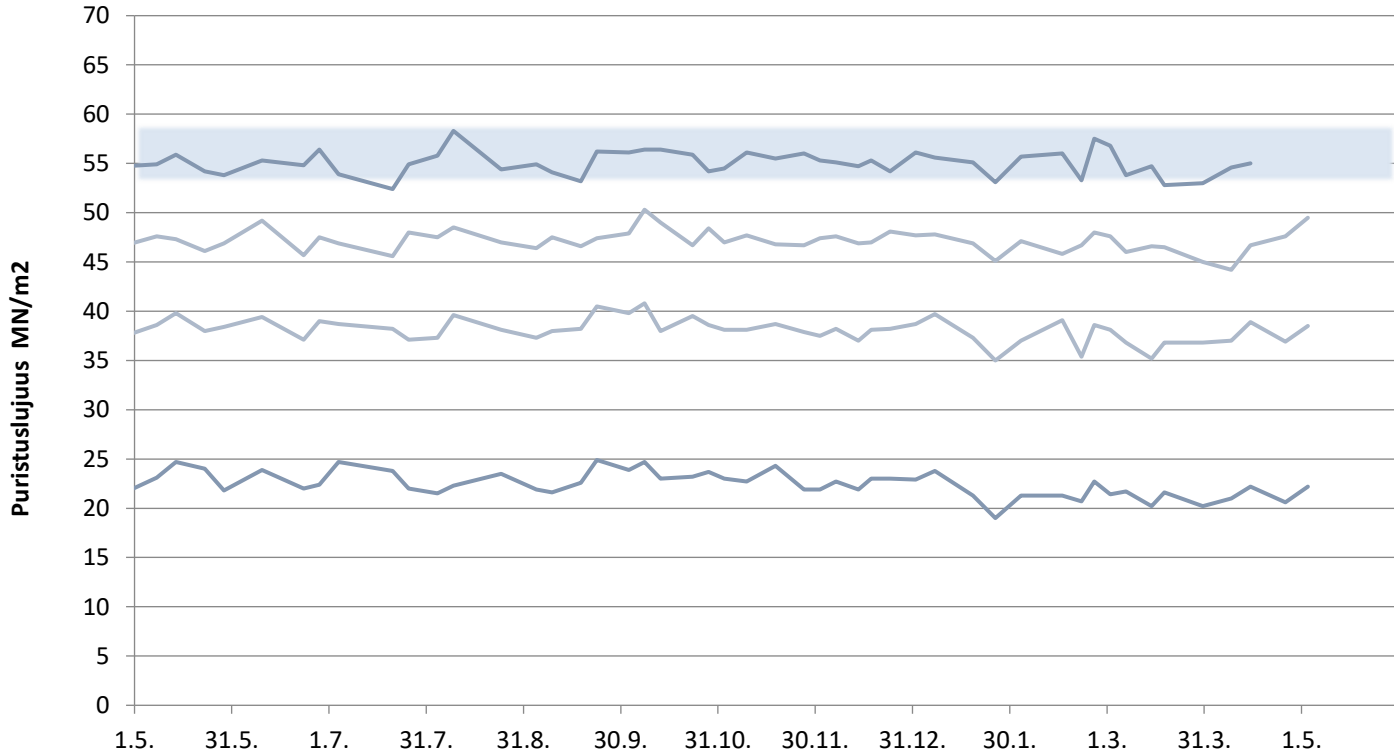


# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

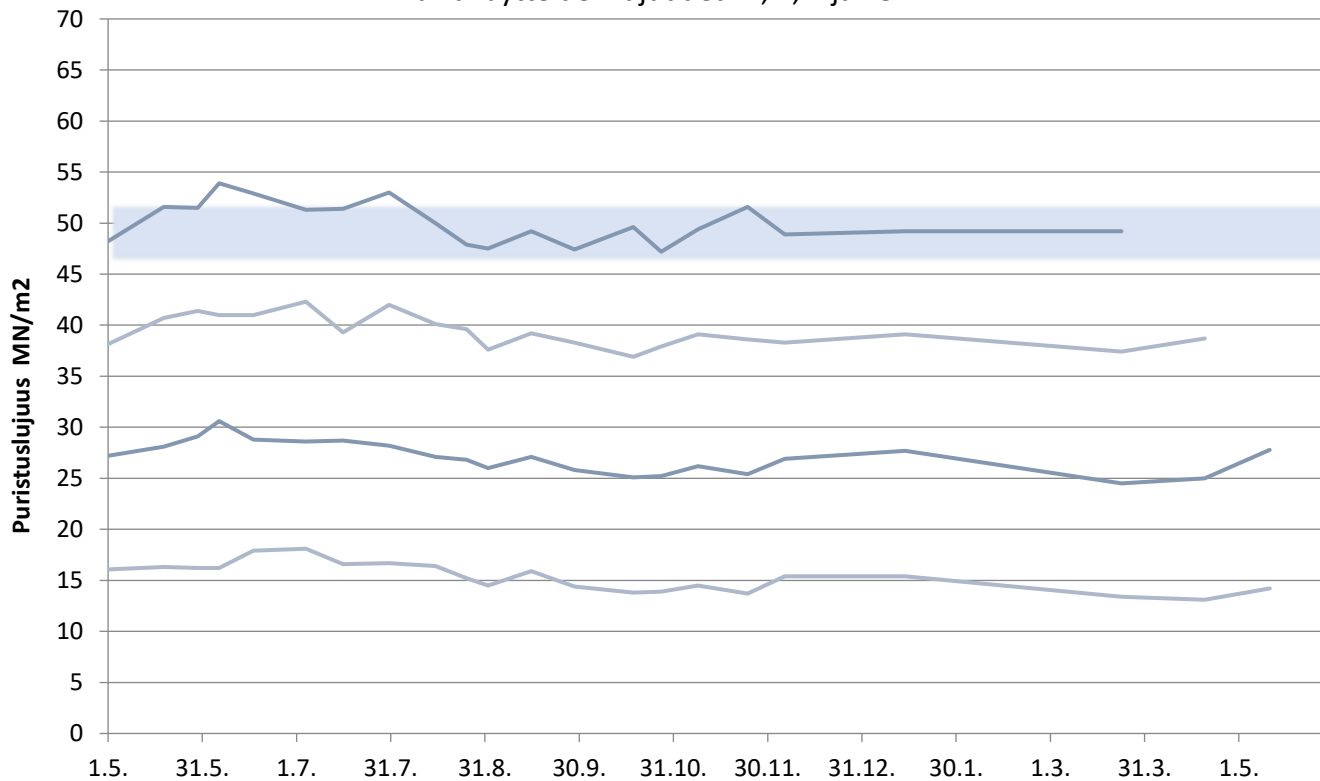

# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

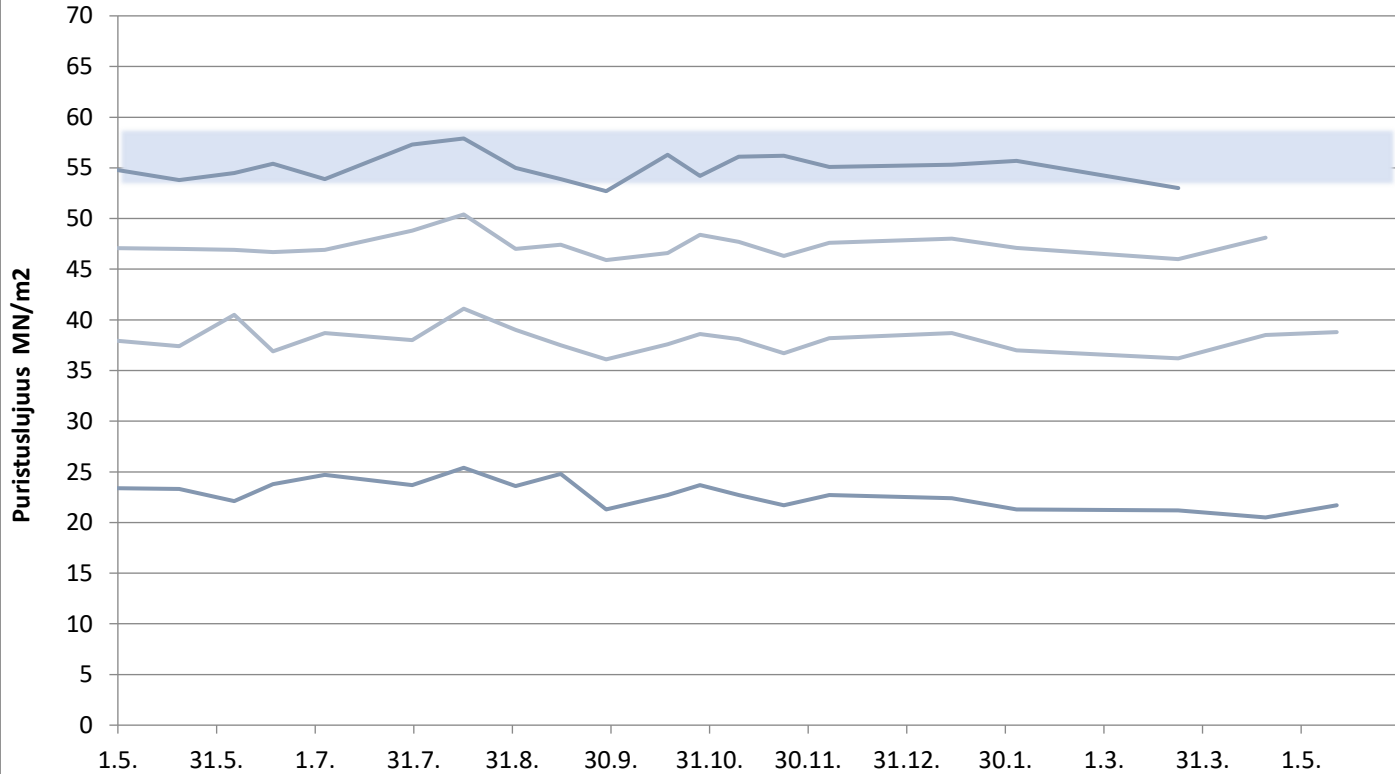


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 15.5.2020


# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

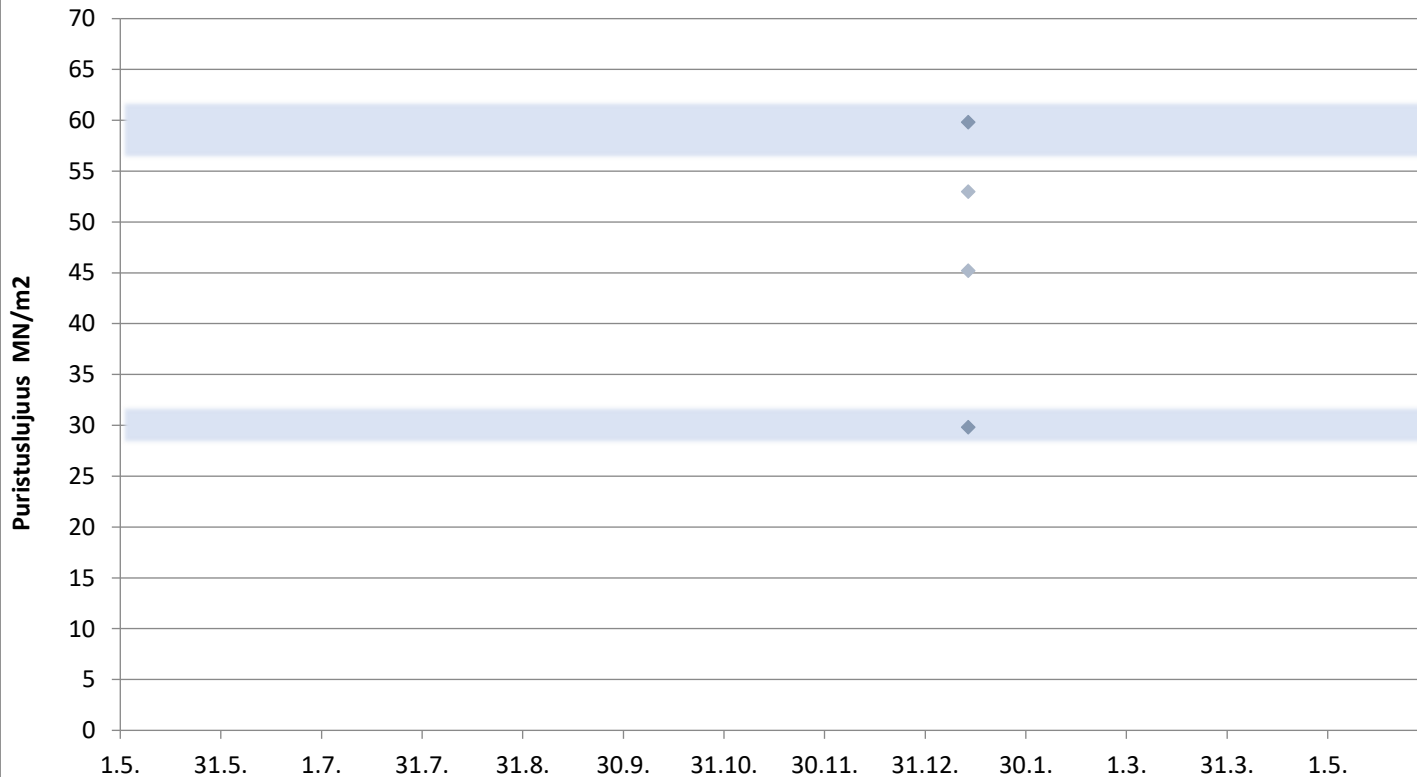

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

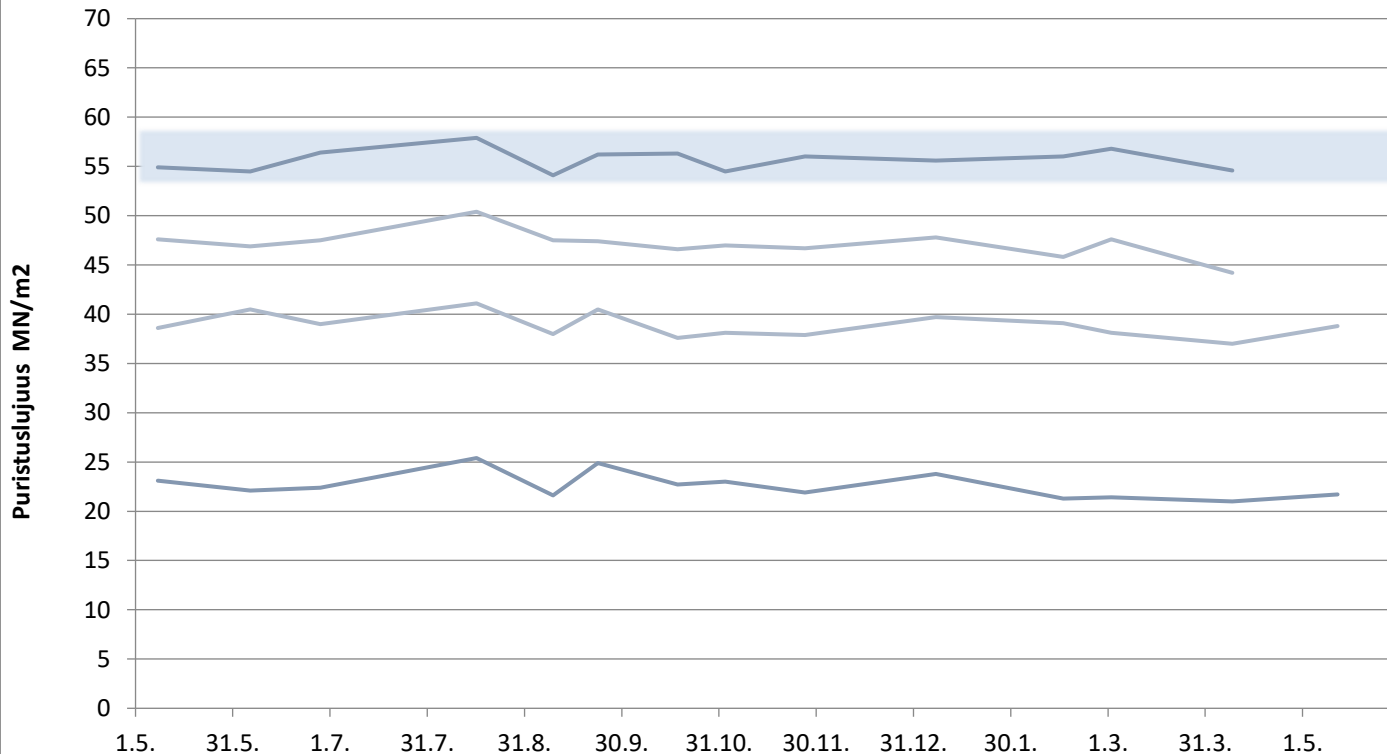

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

