

**Laatuinformaatio vko 28**

pvm:

10.7.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	29.06.	25	24.06.	37	03.06.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	01.07.	24	29.06.	36	08.06.	51	450	36	10	15
	06.07.	24	01.07.	36	10.06.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	01.07.	23	24.06.	47	03.06.	57				
CEM II/A-LL 42.5 R	06.07.	24	29.06.	47	08.06.	57	450	31	7	0
	08.07.	24	01.07.	46	10.06.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	01.07.	31	29.06.	44	03.06.	62				
CEM I 52.5 R	06.07.	31	01.07.	45	08.06.	62	560	36	4	
	08.07.	31	06.07.	45	10.06.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	30.05.	25	30.05.	62	30.05.	70	410	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

**Lappeenranta**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	29.06.	26	24.06.	40	03.06.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	01.07.	26	29.06.	40	08.06.	51	450	33	17	6
	06.07.	26	01.07.	40	10.06.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	29.06.	22	24.06.	51	03.06.	61				
CEM II/A-LL 52.5 N	01.07.	23	29.06.	52	08.06.	60	480	31	9	0
	06.07.	22	01.07.	53	10.06.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	01.07.	30	29.06.	42	03.06.	68				
CEM I 52.5 R	06.07.	30	01.07.	43	08.06.	67	540	31	4	0
	08.07.	29	06.07.	43	10.06.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	29.06.	28	24.06.	44	03.06.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	01.07.	29	29.06.	45	08.06.	54	370	23	4	0
	06.07.	29	01.07.	45	10.06.	54				

**Raahen kuonajauheen laatuinformaatio**

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
29.06.	384	22.06.	51 %	01.06.	80 %
02.07.	377	25.06.	50 %	04.06.	81 %
06.07.	377	29.06.	50 %	08.06.	83 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209


# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

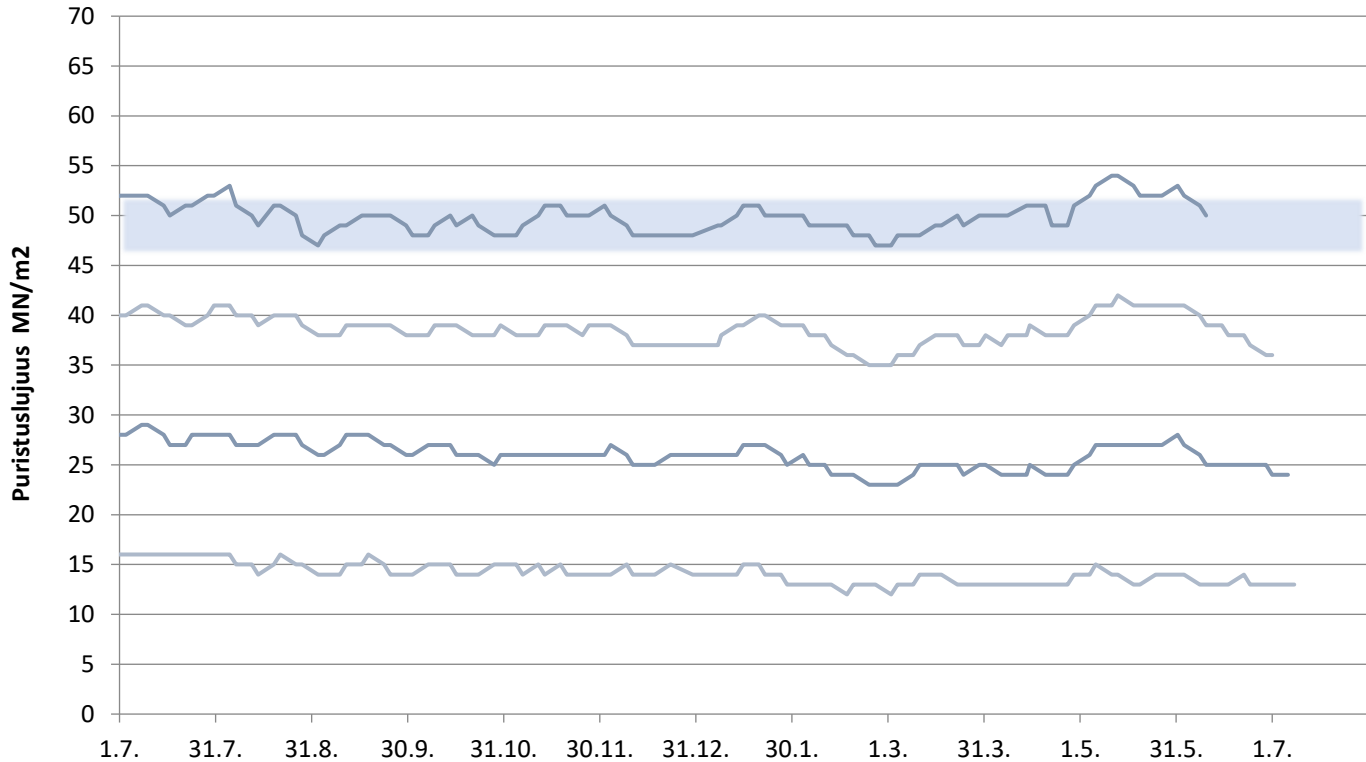


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

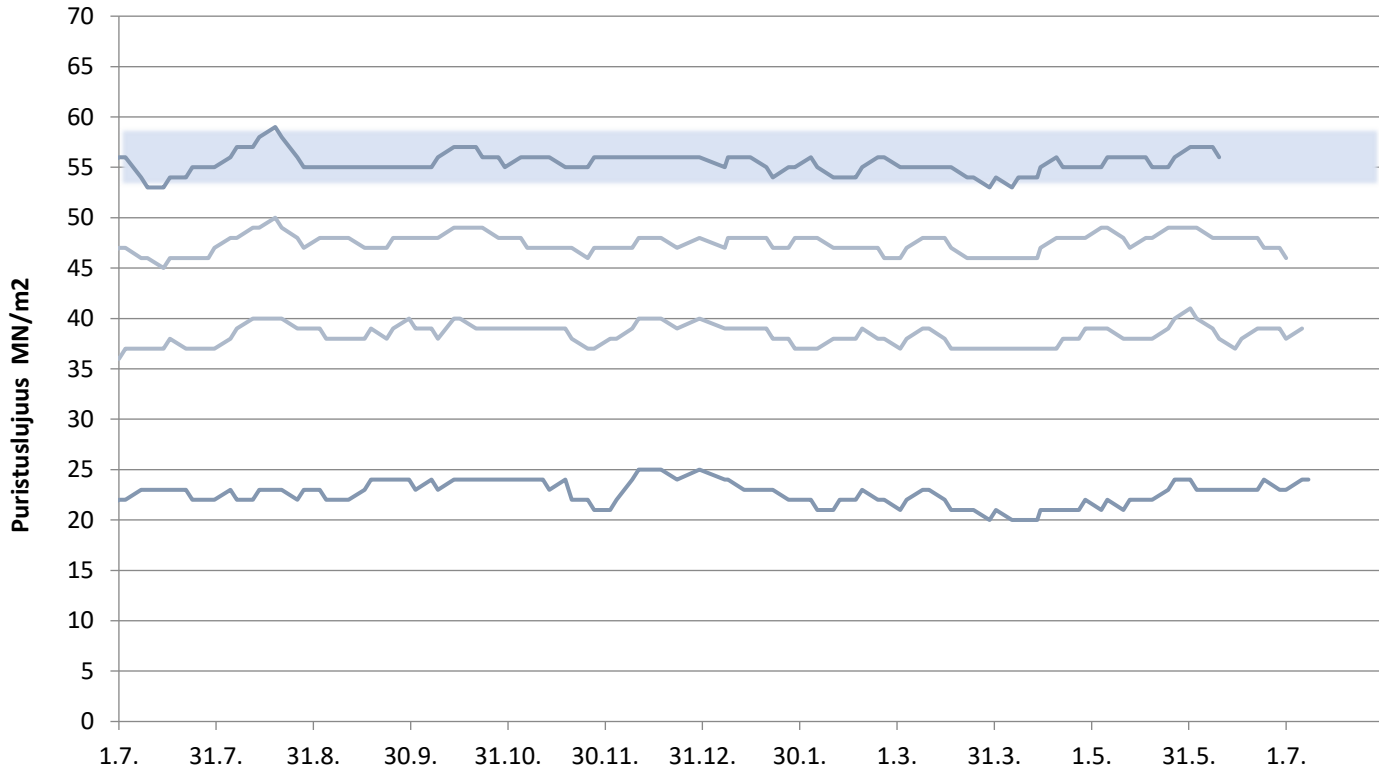


# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

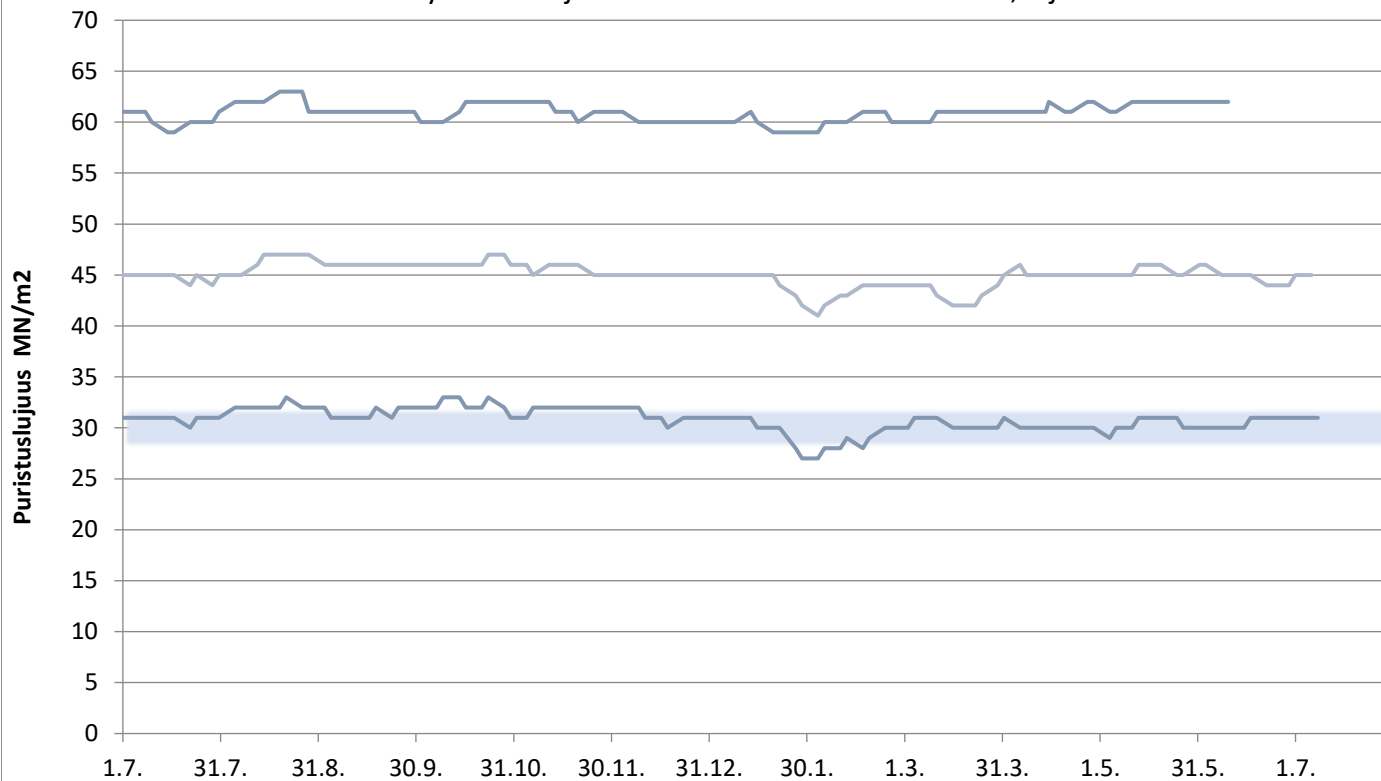


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

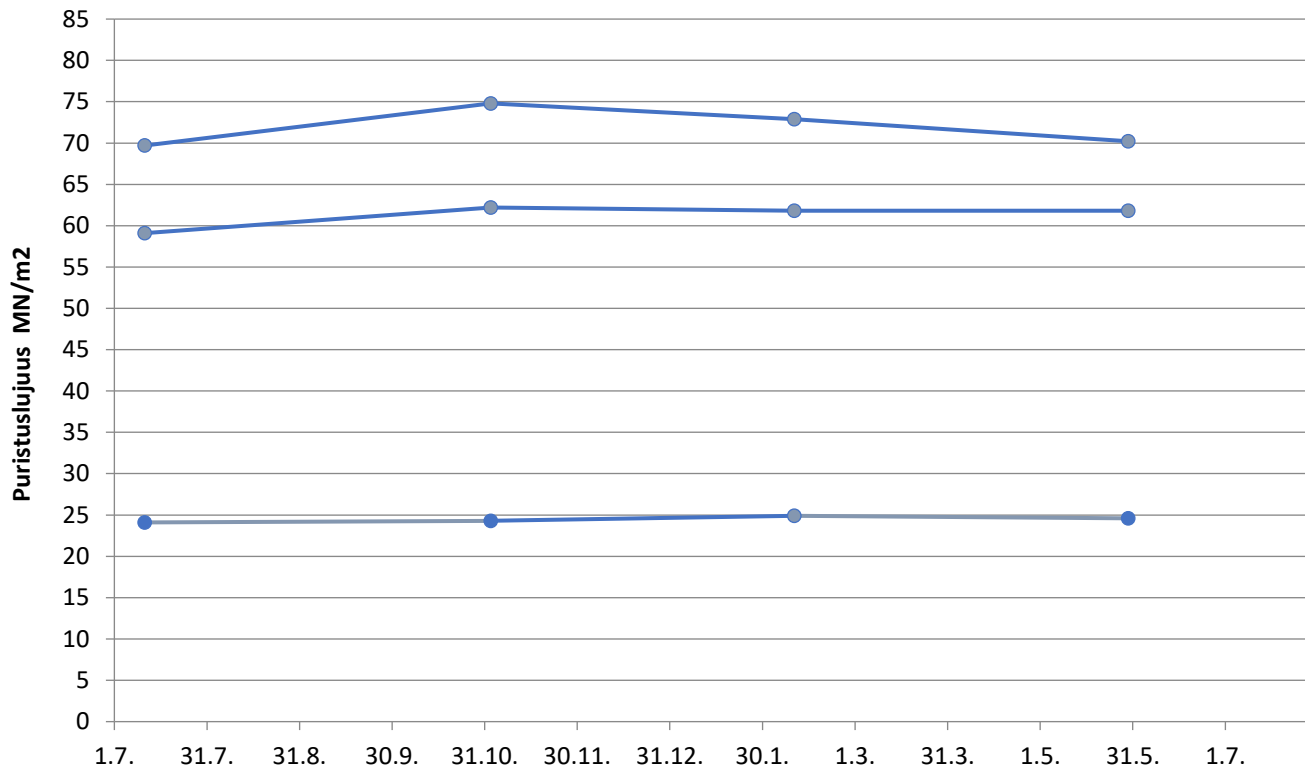

# Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

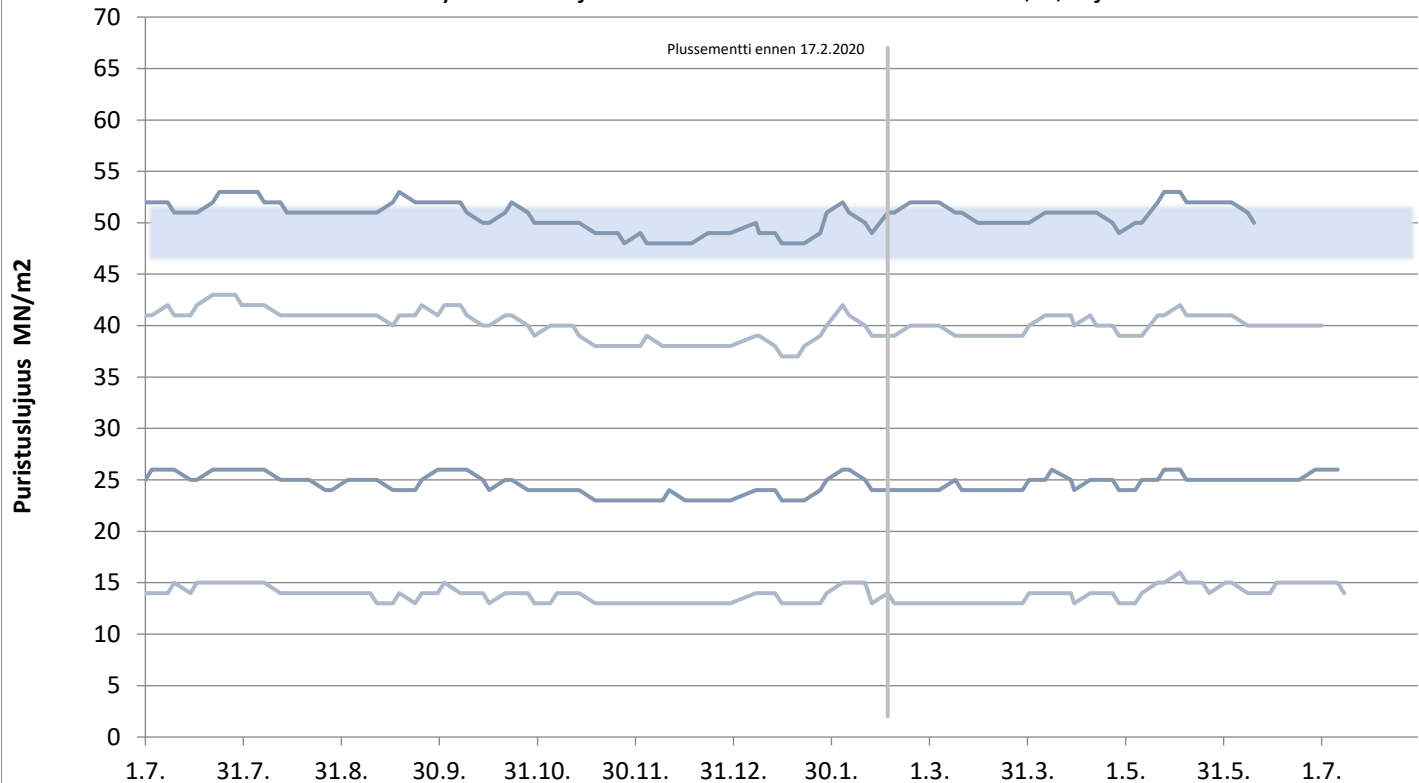

päivitetty 10.7.2020

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

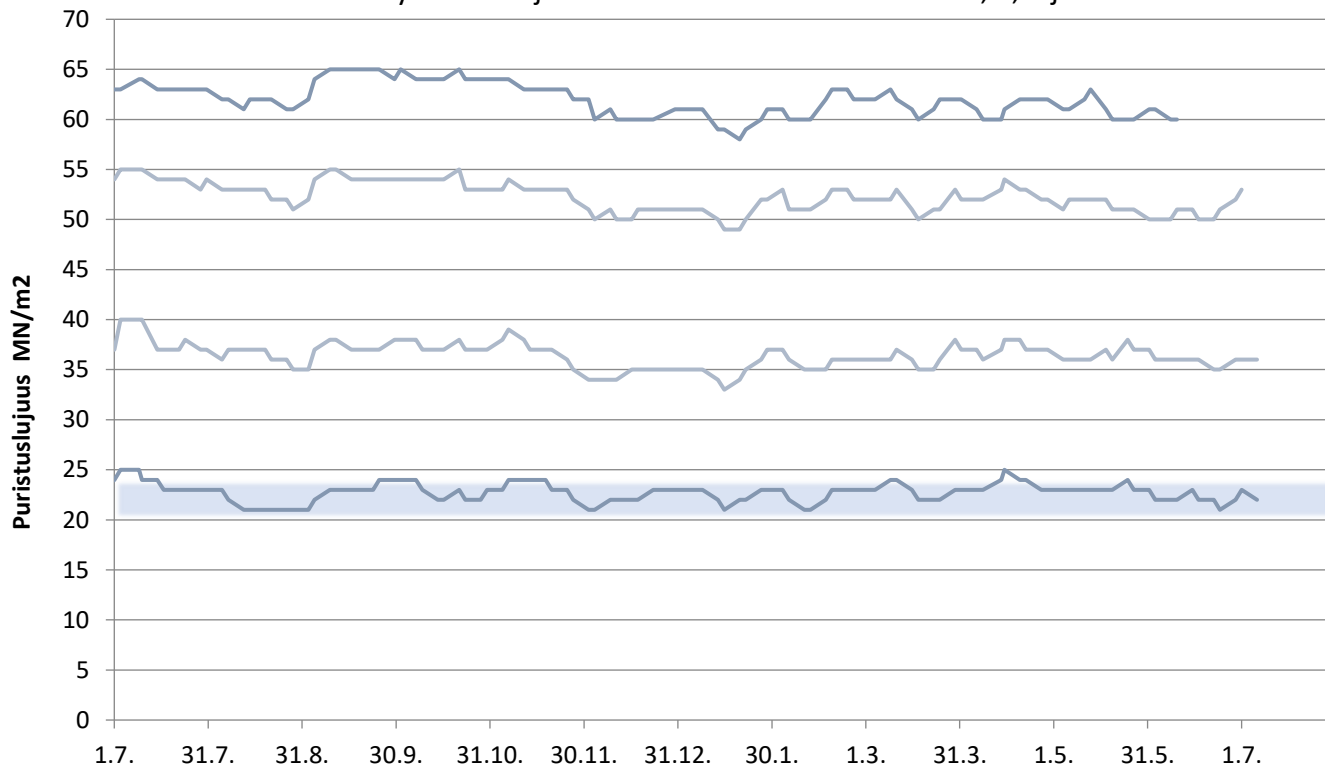


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 10.7.2020

# Lappeenrannan Pikasementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

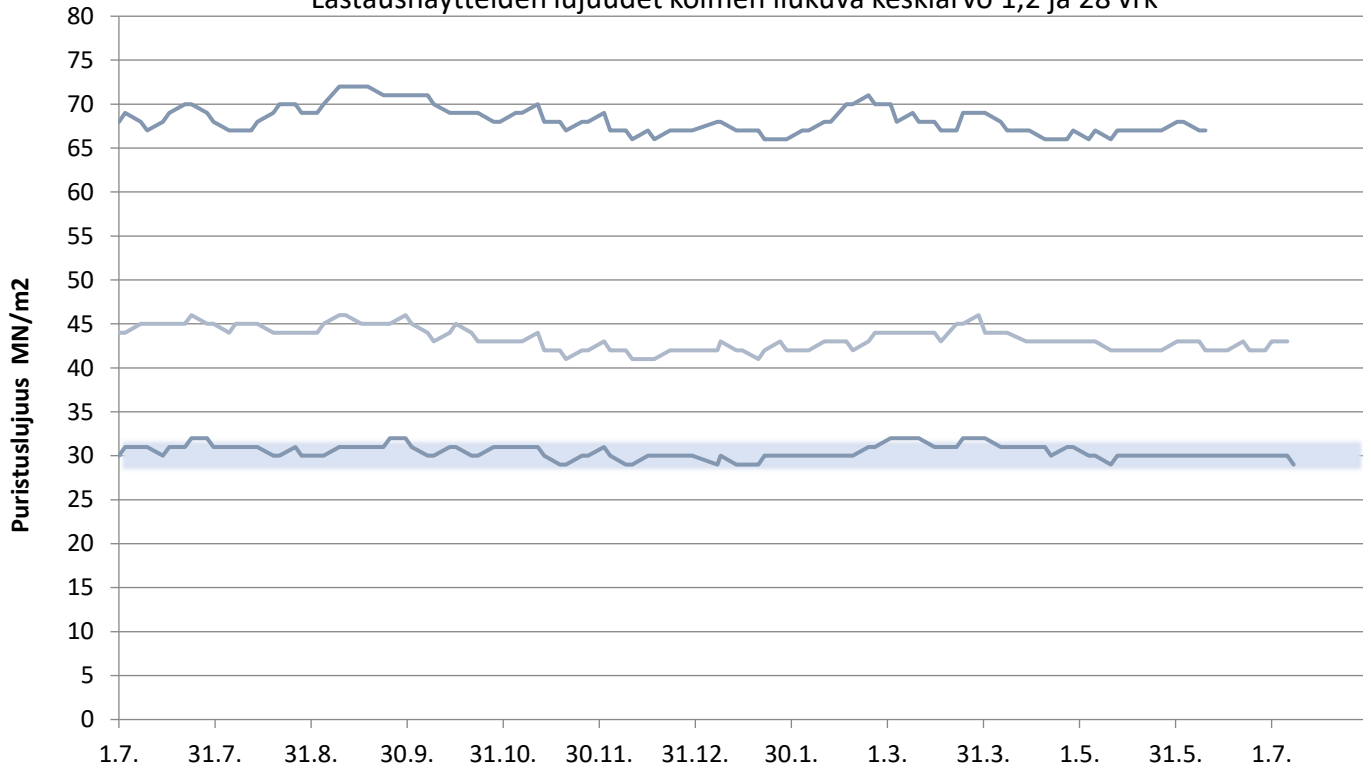




# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

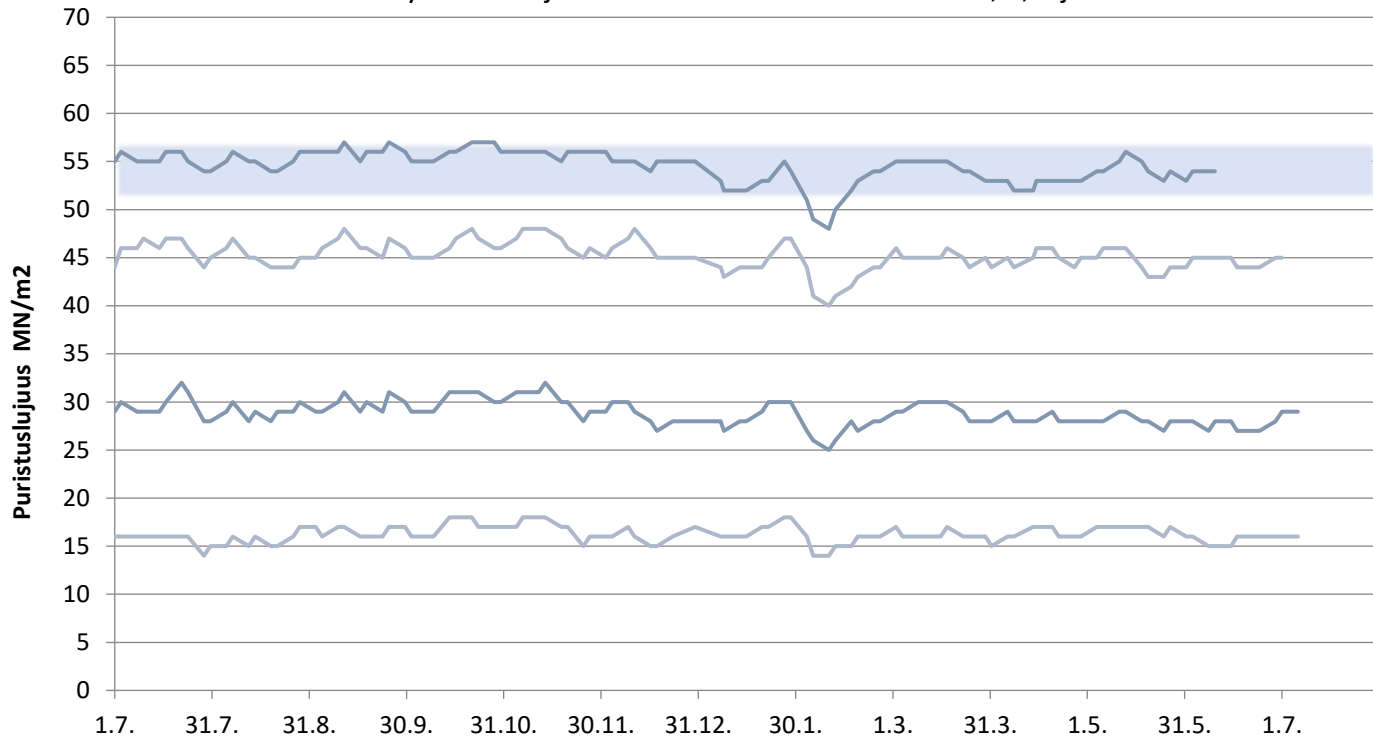


# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

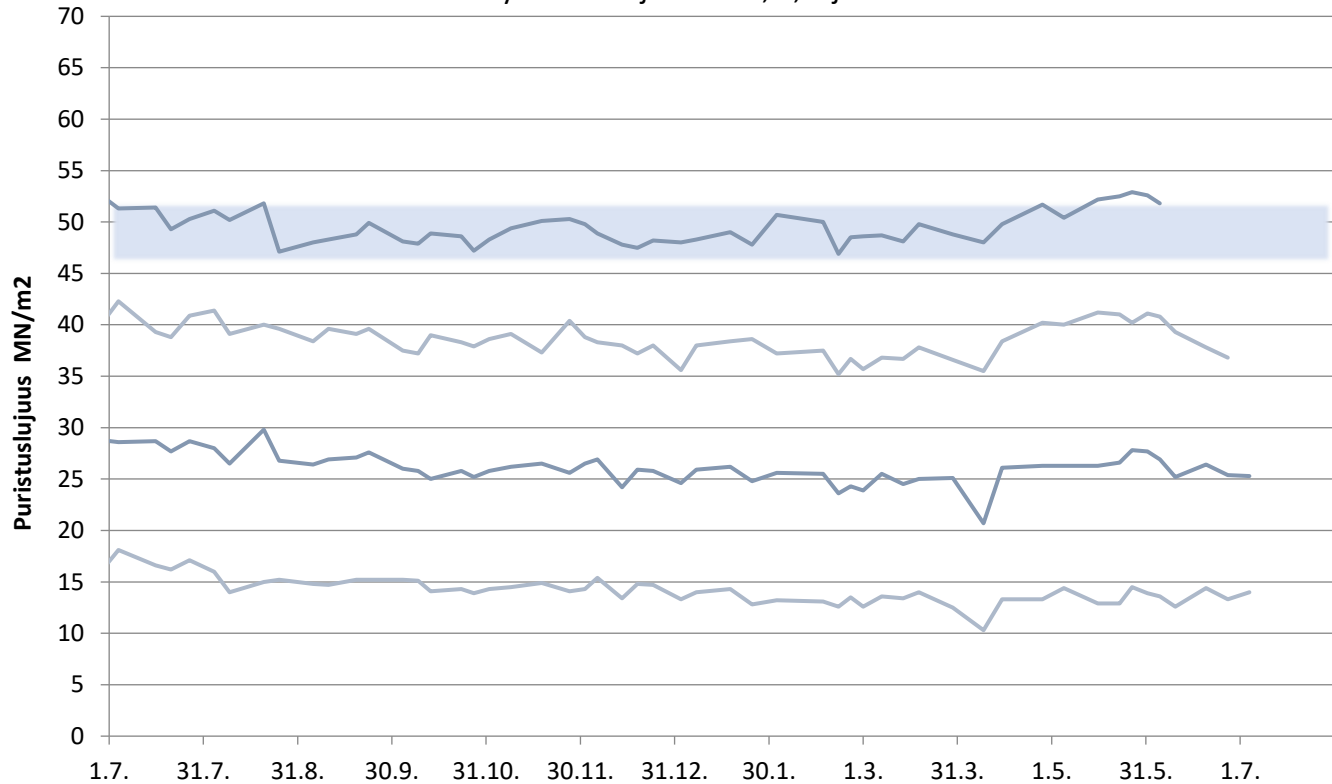


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

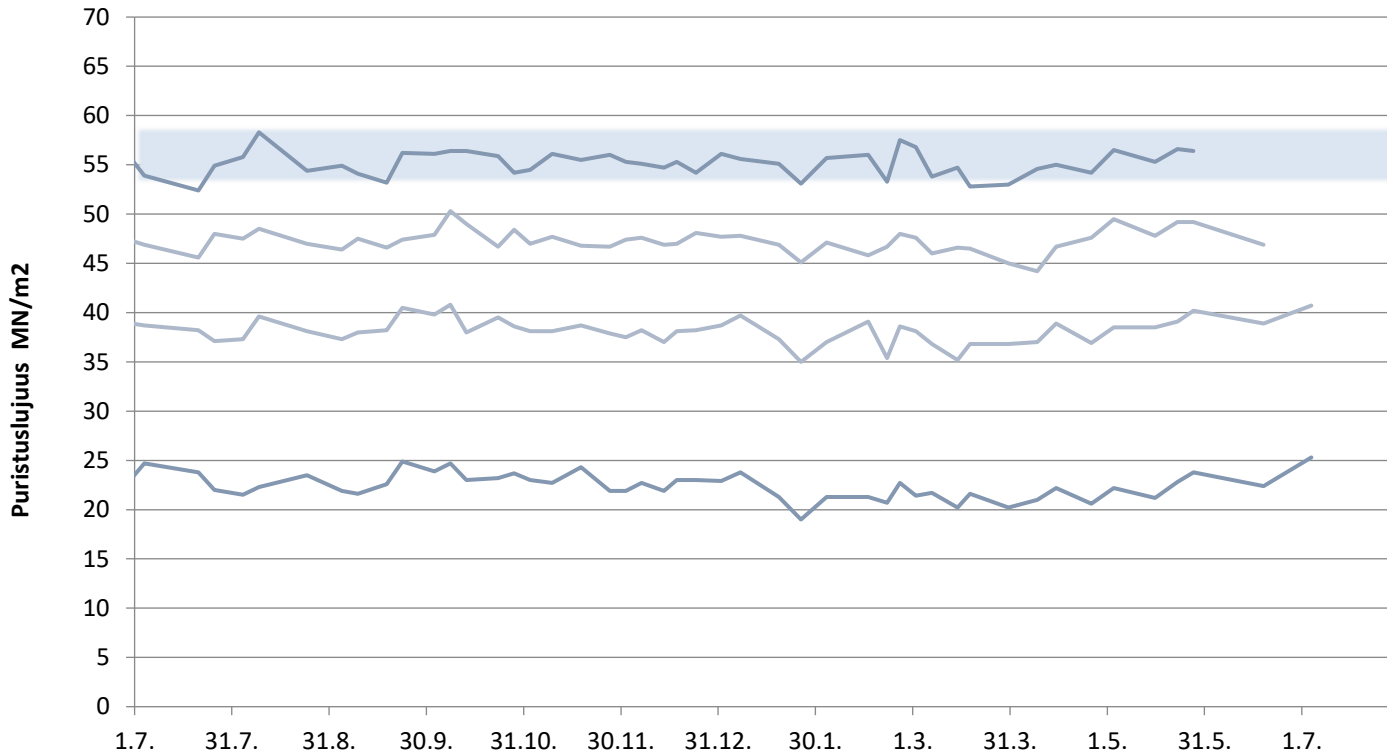


# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

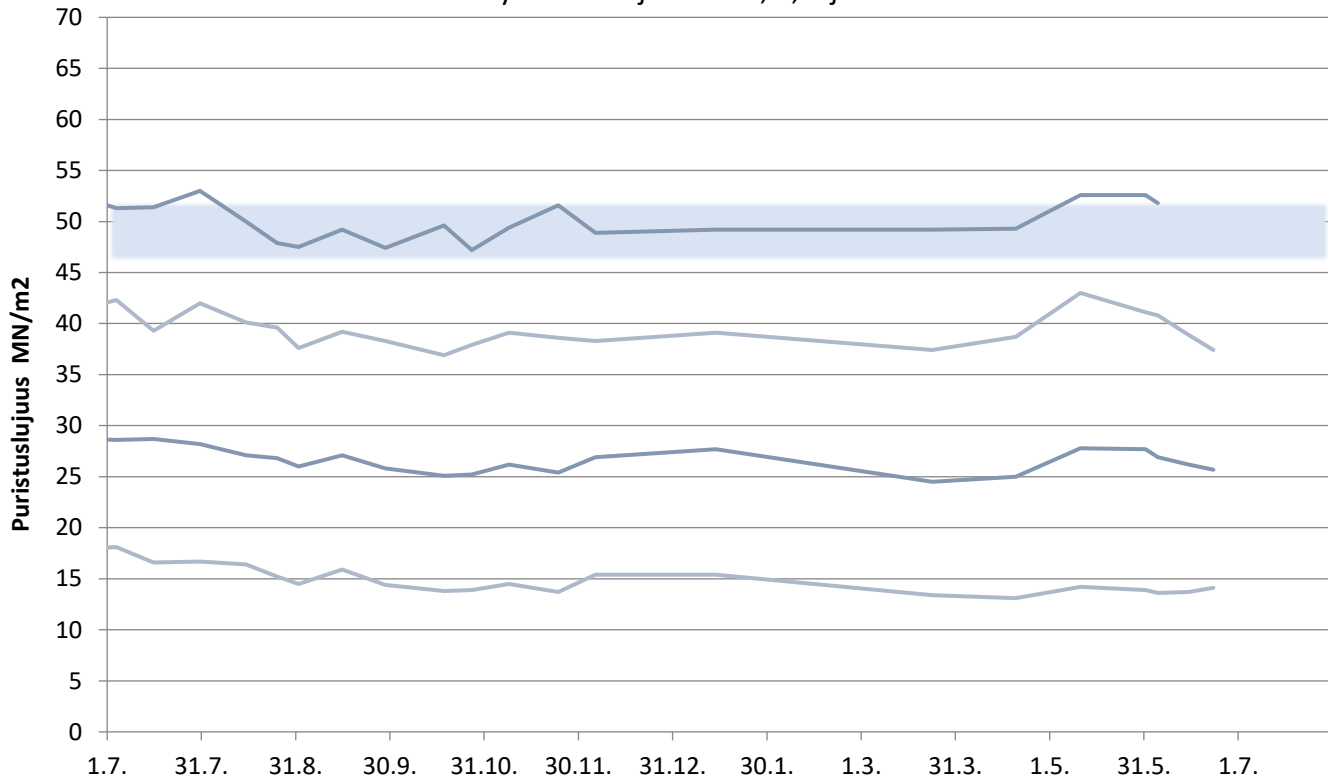

# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

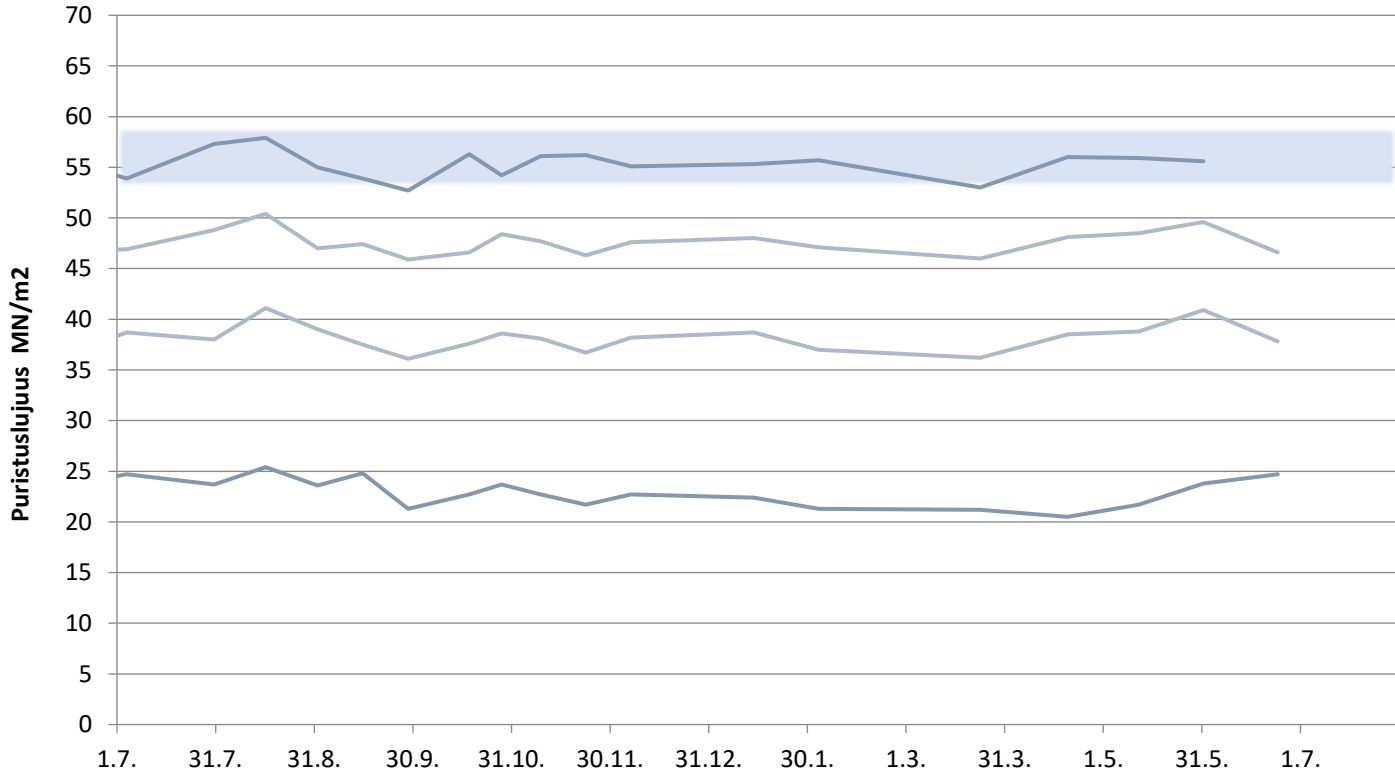


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 10.7.2020


# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

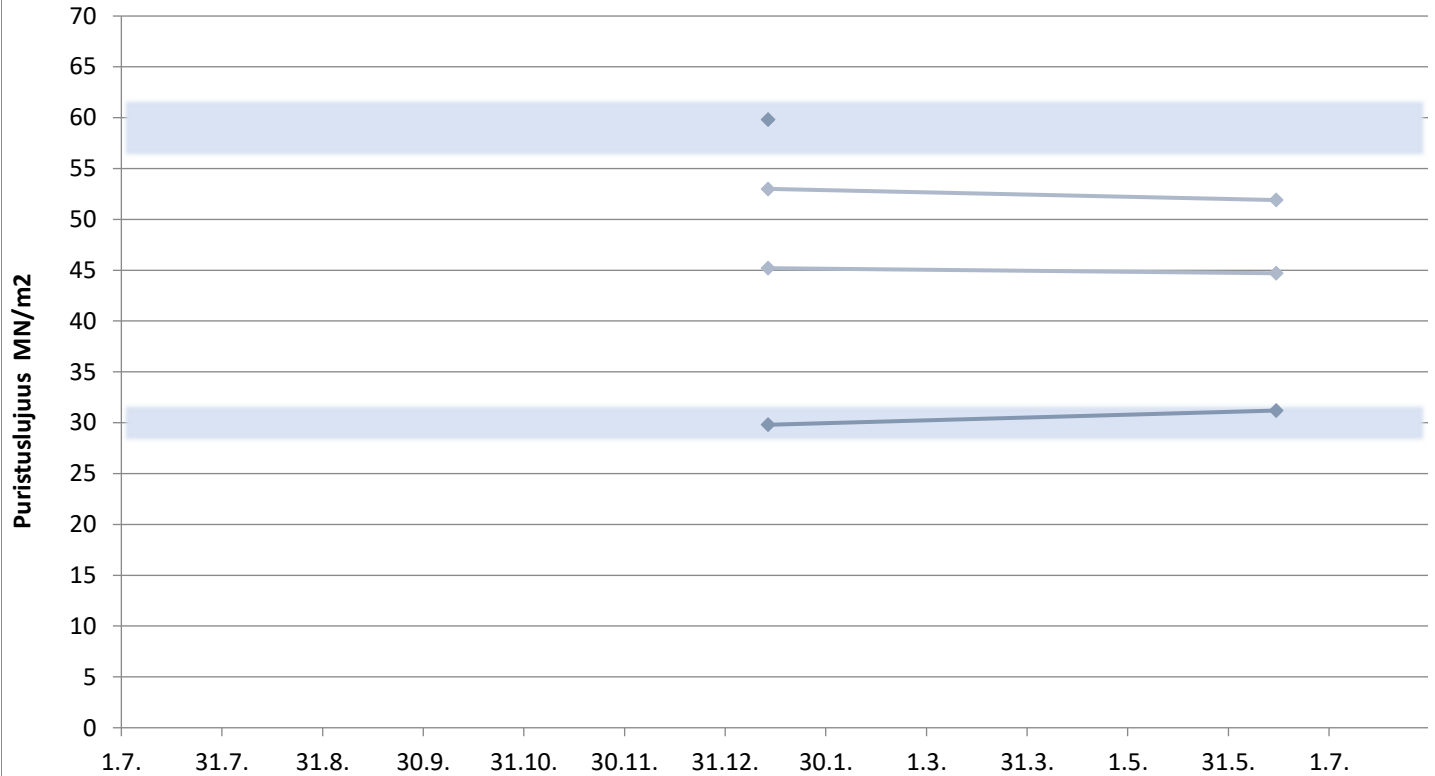

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

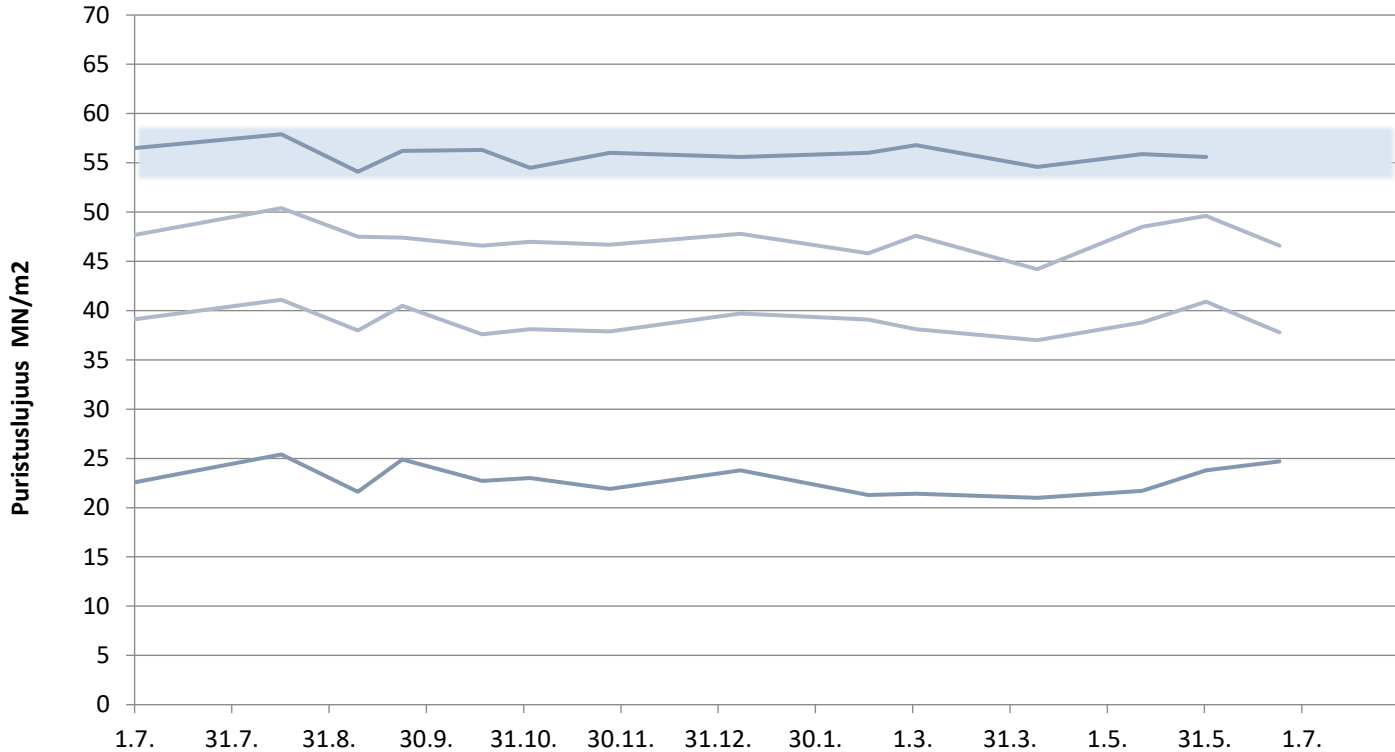

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

