

**Laatuinformaatio vko 32**

pvm:

7.8.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**

A CRH COMPANY

**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	22.07.	26	22.07.	38	01.07.	46				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	27.07.	26	27.07.	39	06.07.	45	440	36	10	15
	29.07.	26	29.07.	39	08.07.	46				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	29.07.	24	22.07.	48	01.07.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	03.08.	24	27.07.	48	06.07.	54	460	32	7	0
	05.08.	24	29.07.	47	08.07.	54				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	29.07.	31	22.07.	45	01.07.	61				
CEM I 52.5 R	03.08.	31	27.07.	45	06.07.	61	570	35	4	
	05.08.	32	29.07.	45	08.07.	61				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	30.05.	25	30.05.	62	30.05.	70	410	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

**Lappeenranta**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-seimentti	27.07.	26	22.07.	41	01.07.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	29.07.	25	27.07.	41	06.07.	53	450	33	17	6
	03.08.	25	29.07.	41	08.07.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidseimentti	27.07.	22	22.07.	52	01.07.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	29.07.	22	27.07.	51	06.07.	62	500	31	10	0
	03.08.	22	29.07.	50	08.07.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	29.07.	30	27.07.	44	01.07.	67				
CEM I 52.5 R	03.08.	29	29.07.	43	06.07.	67	540	30	3	0
	05.08.	29	03.08.	43	08.07.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti	27.07.	28	20.07.	46	01.07.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	29.07.	27	22.07.	46	06.07.	56	350	22	4	0
	03.08.	27	27.07.	46	08.07.	56				

**Raahen kuonajauheen laatuinformaatio**

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
27.07.	385	20.07.	51 %	29.06.	80 %
30.07.	382	23.07.	51 %	02.07.	80 %
03.08.	377	27.07.	52 %	06.07.	79 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200


# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

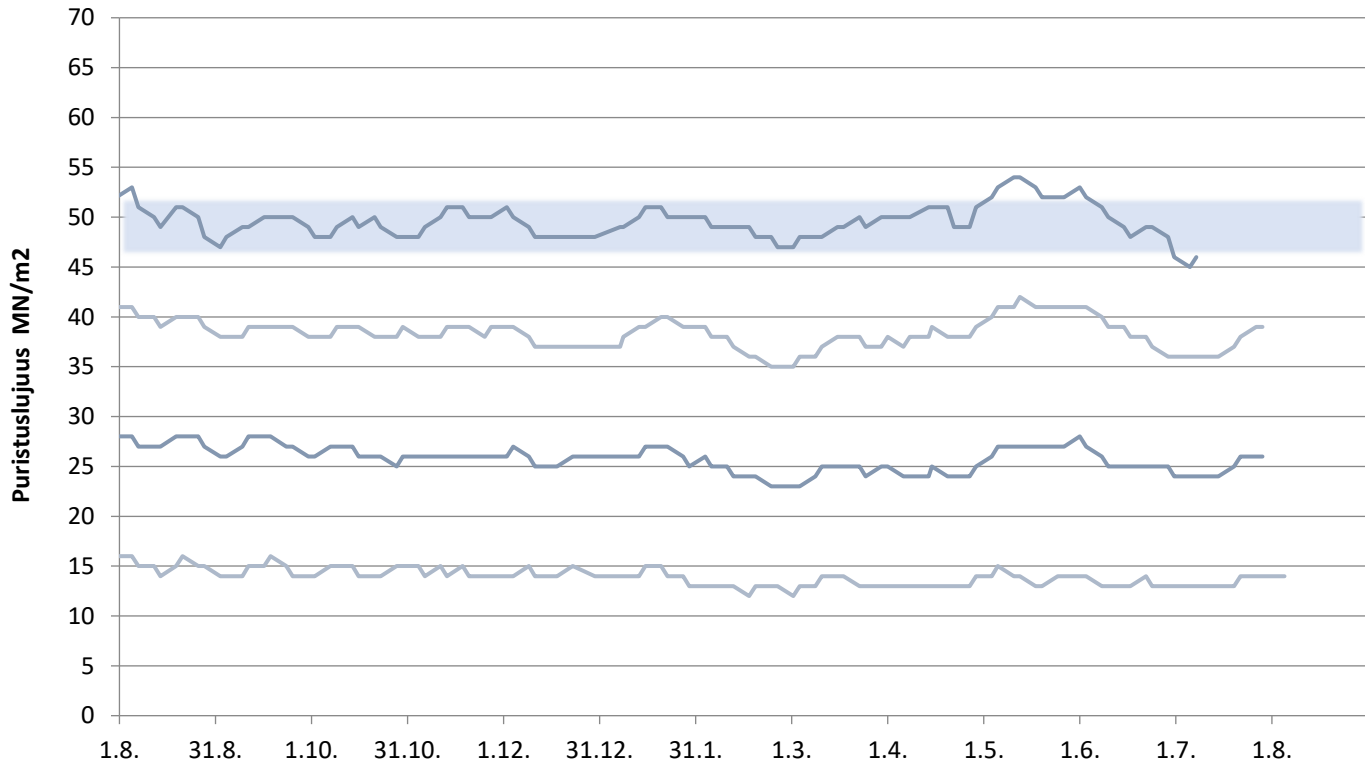


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

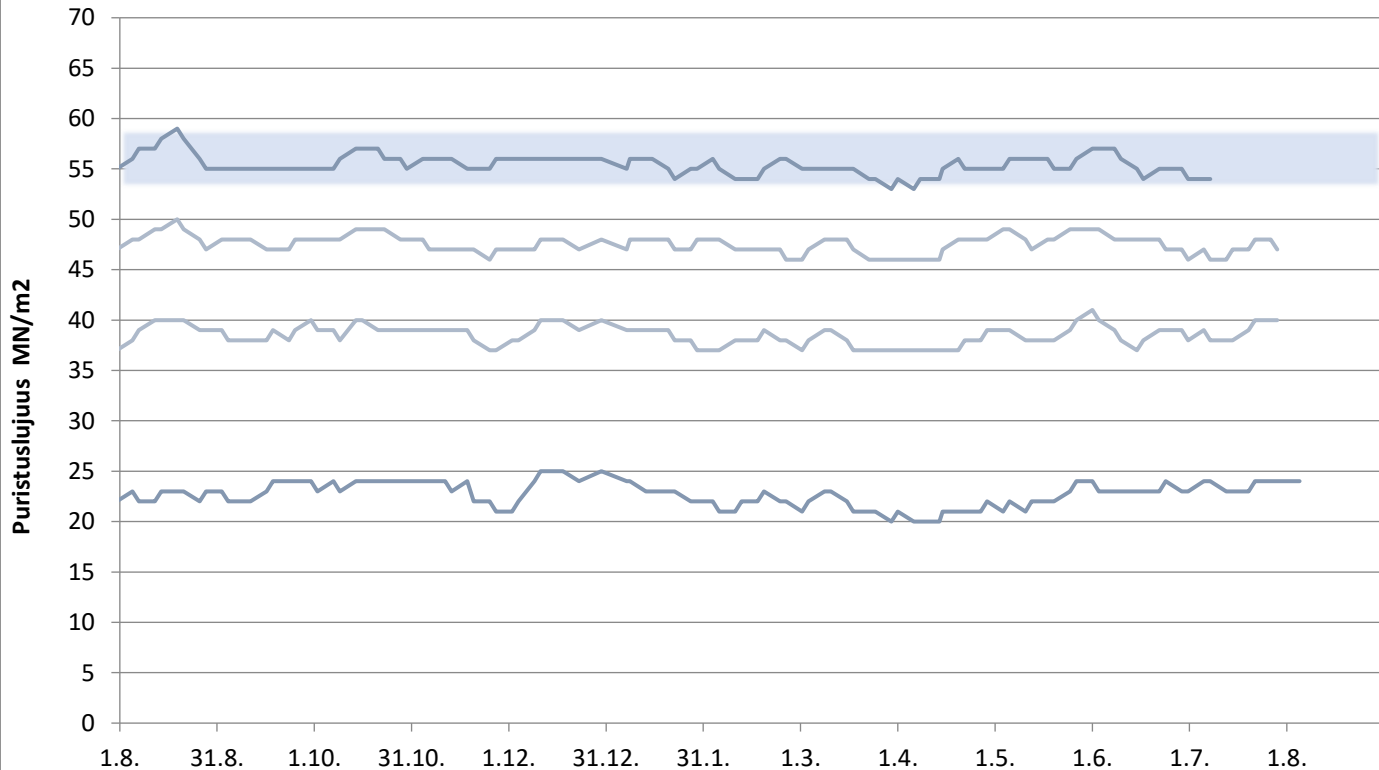

# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

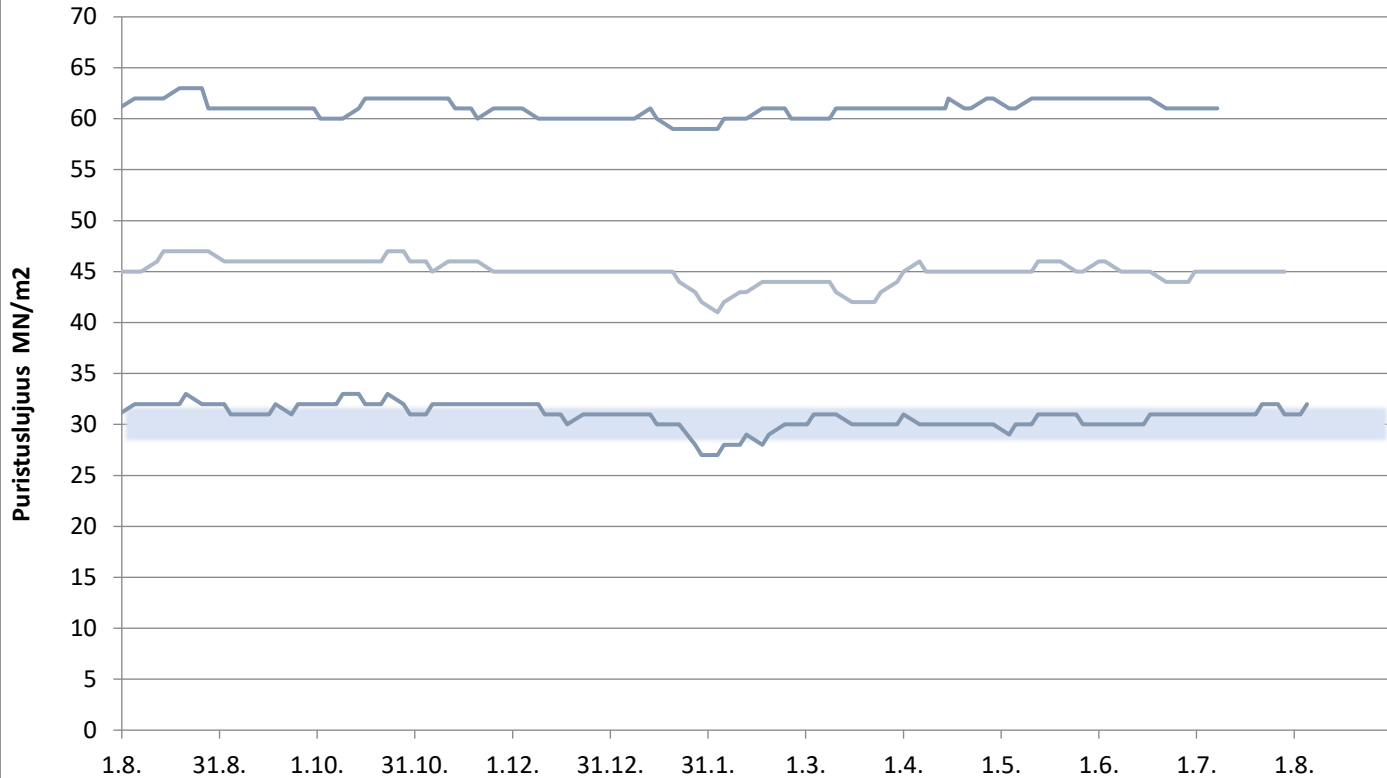


**FINN**SEMENTTI  
A CRH COMPANY

päivitetty 7.8.2020


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

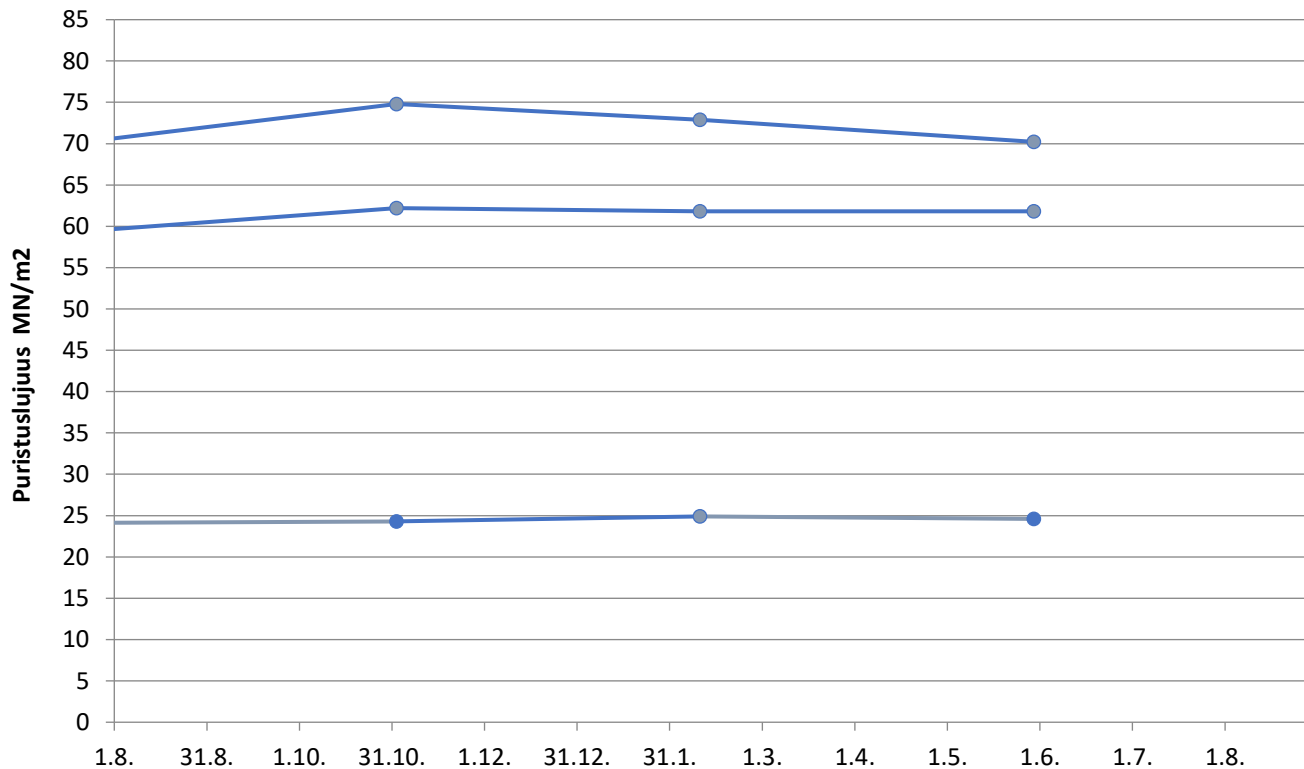


# Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

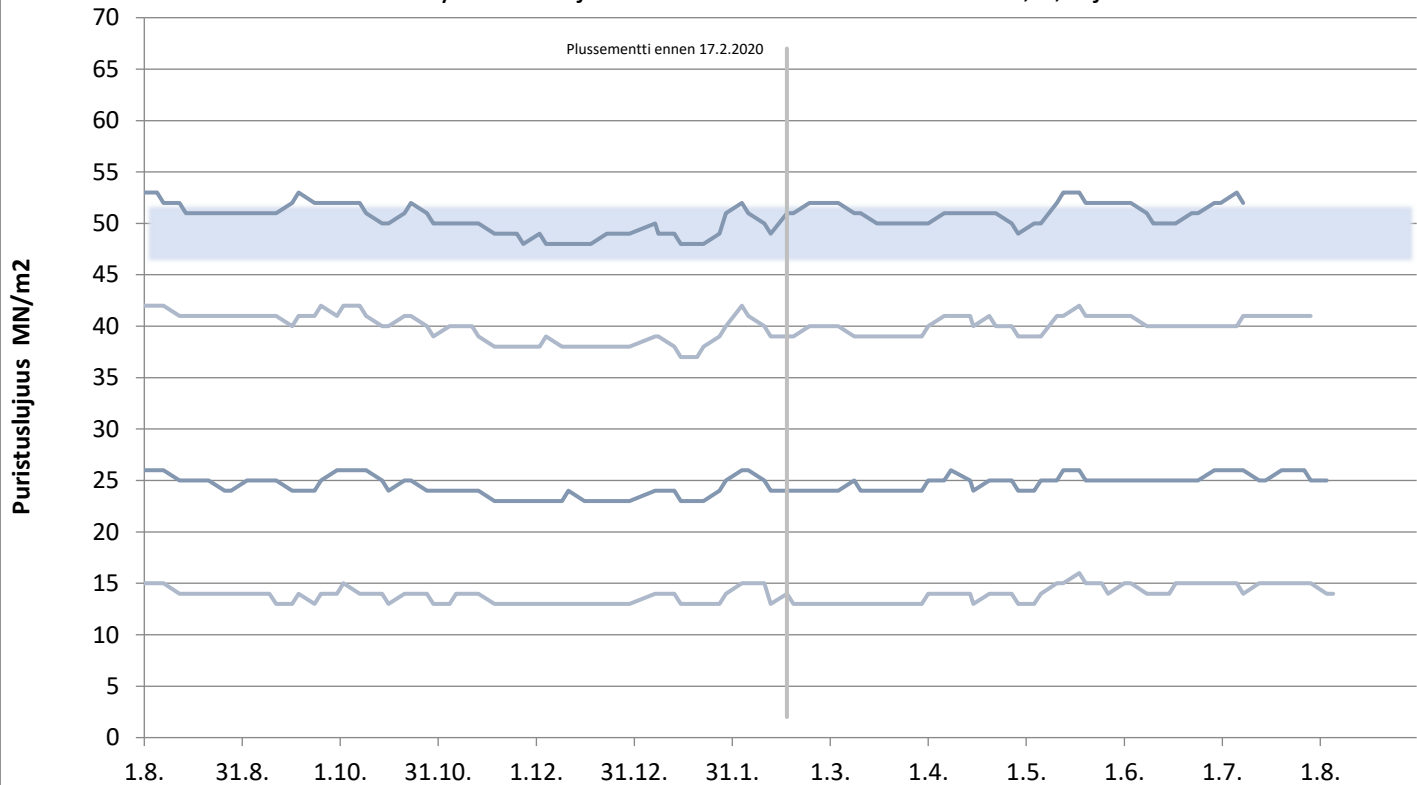

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

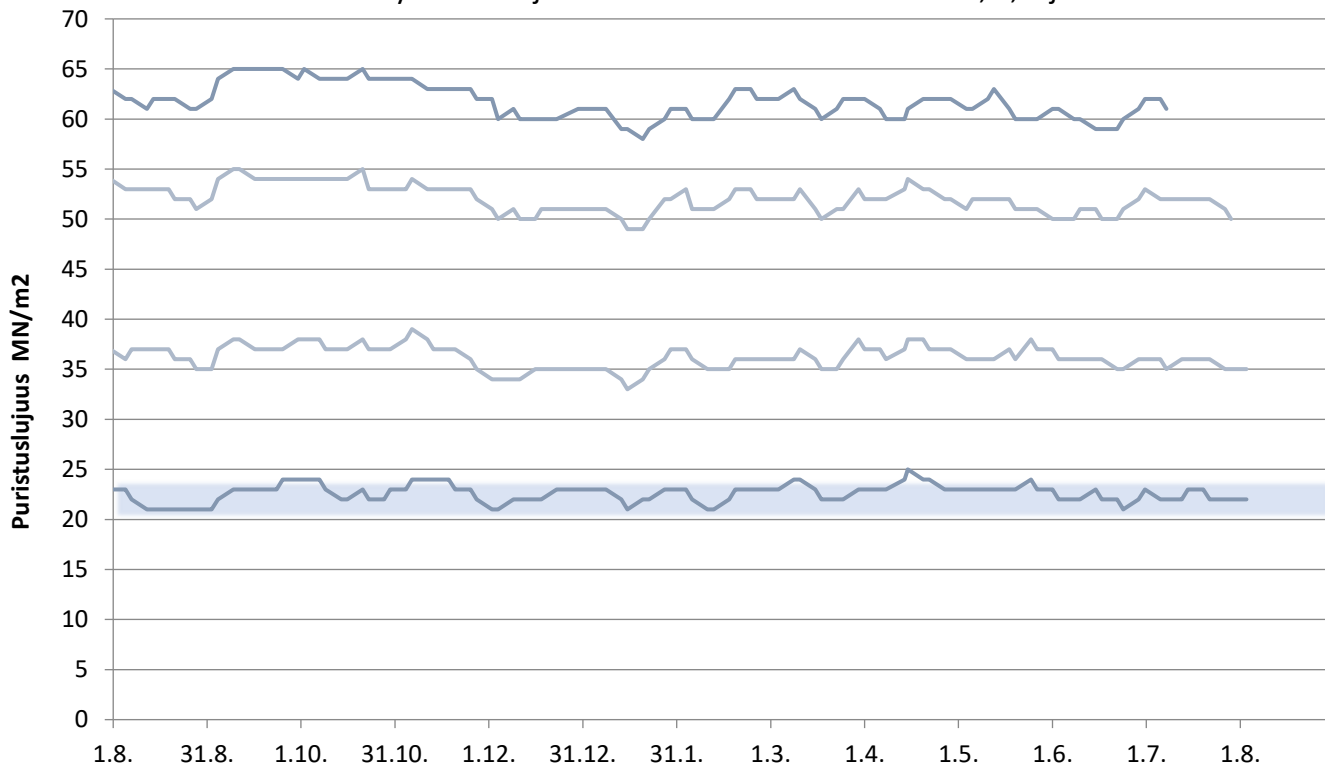


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 7.8.2020

# Lappeenrannan Pikasementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

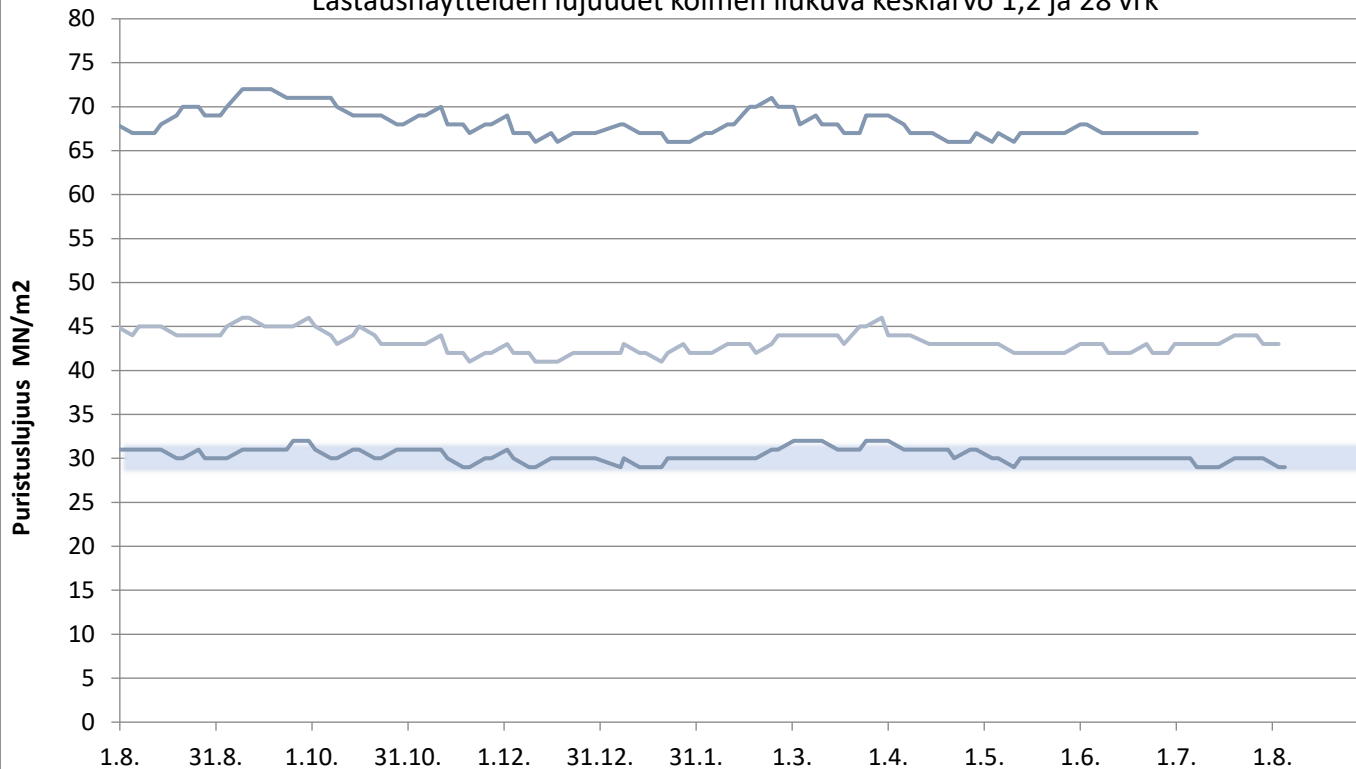




# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

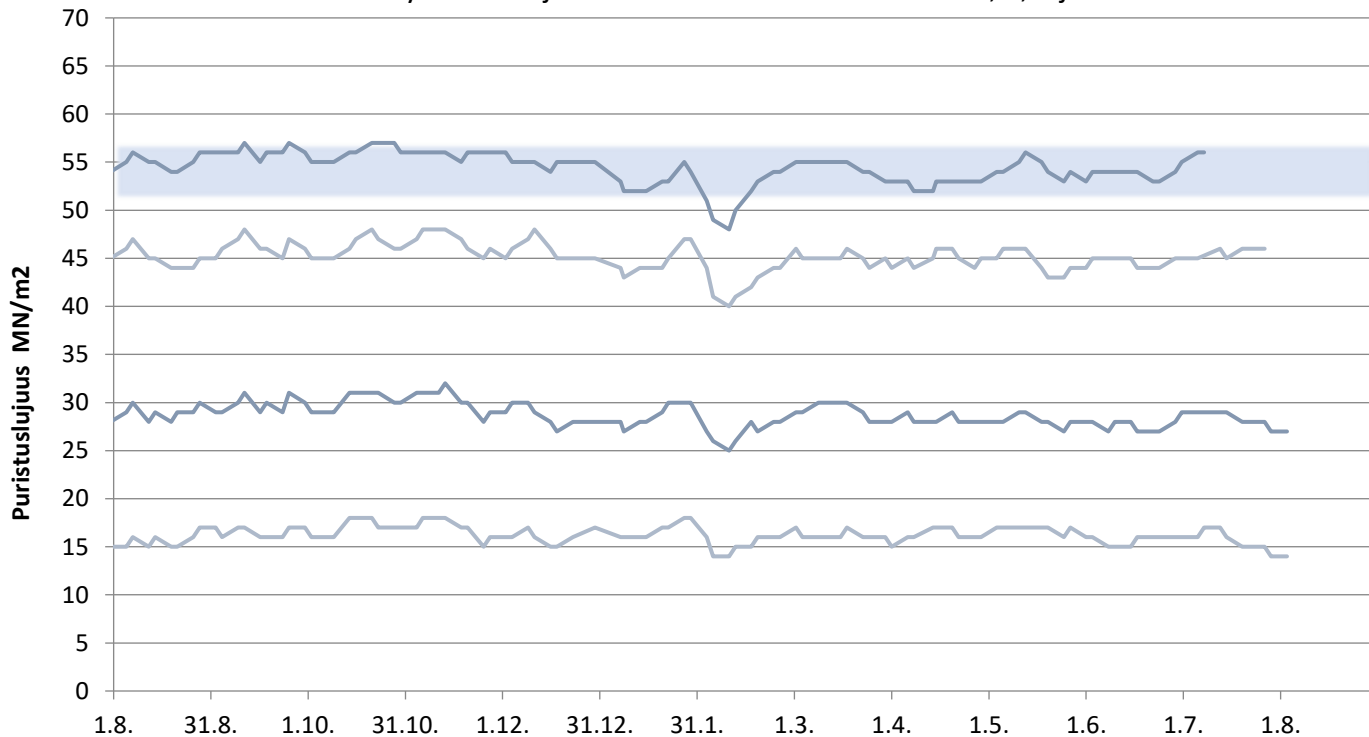


# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

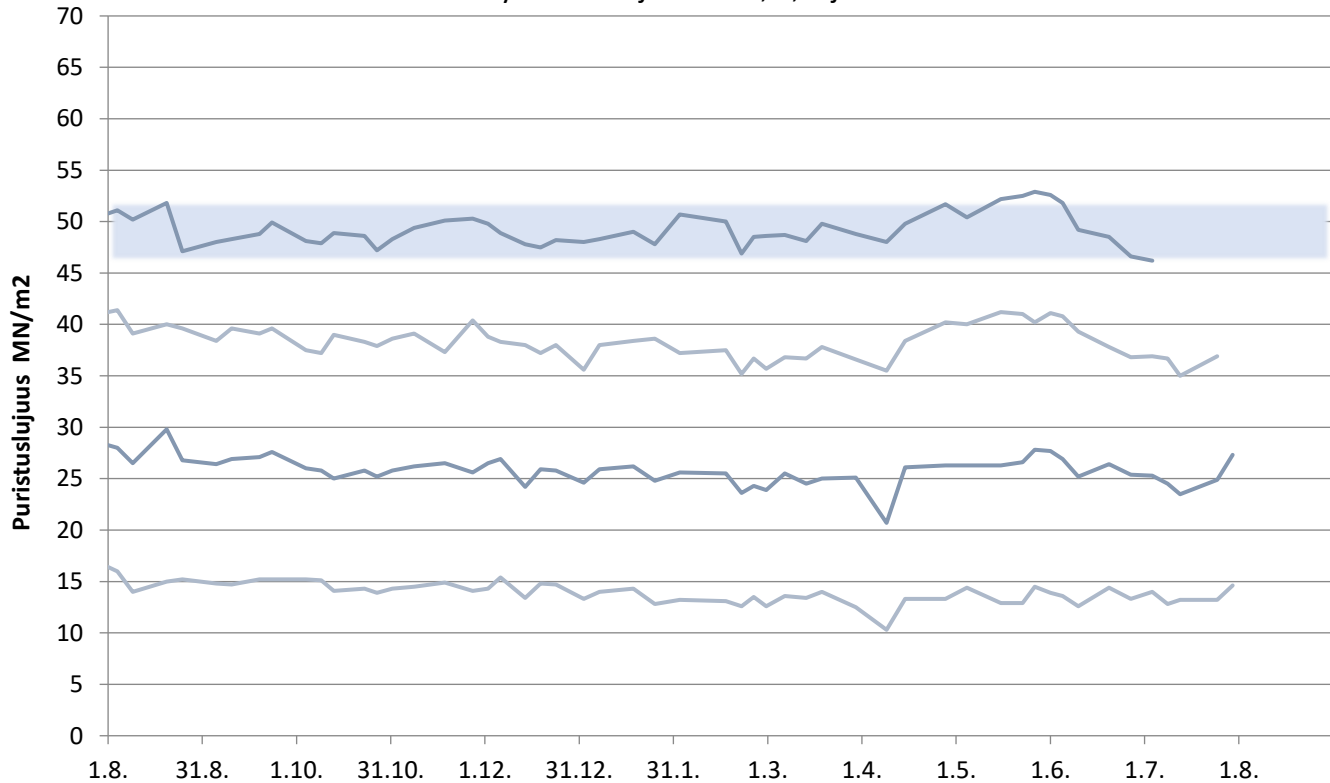


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

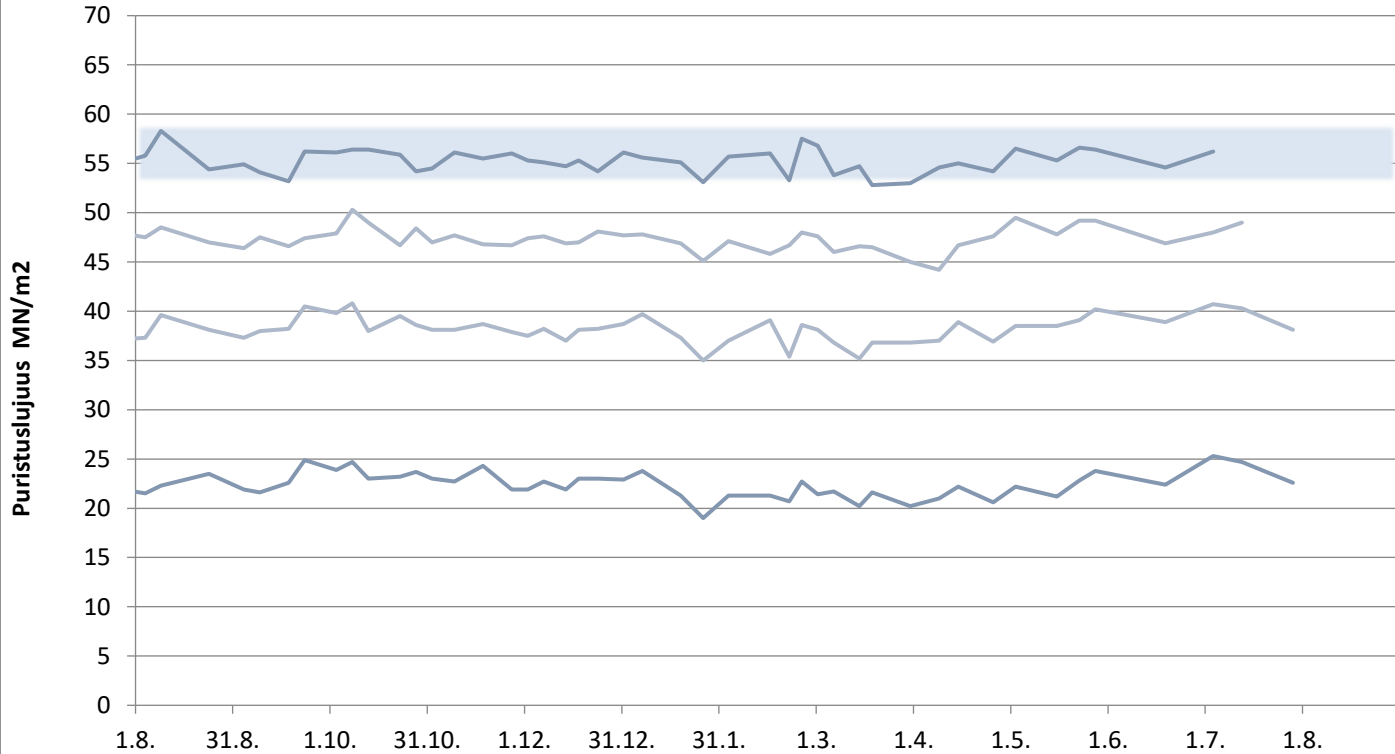


# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

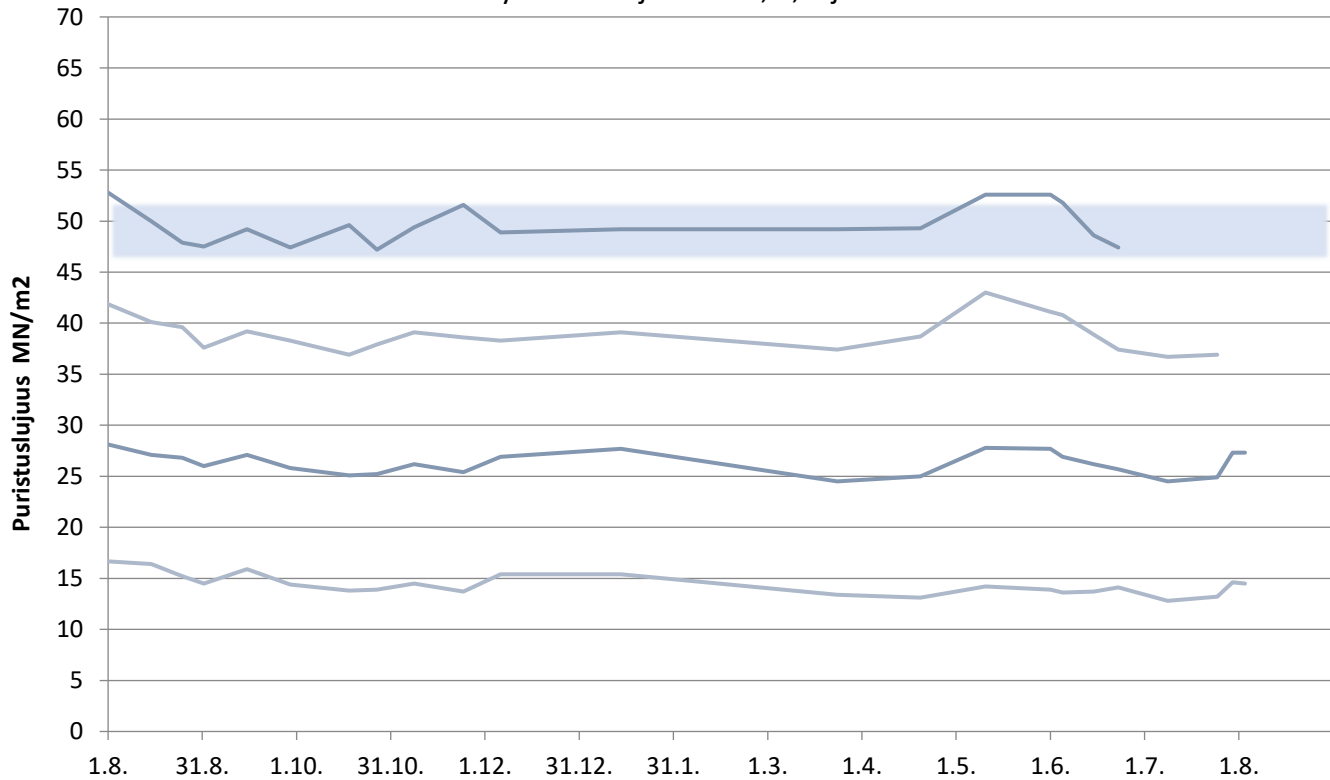


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

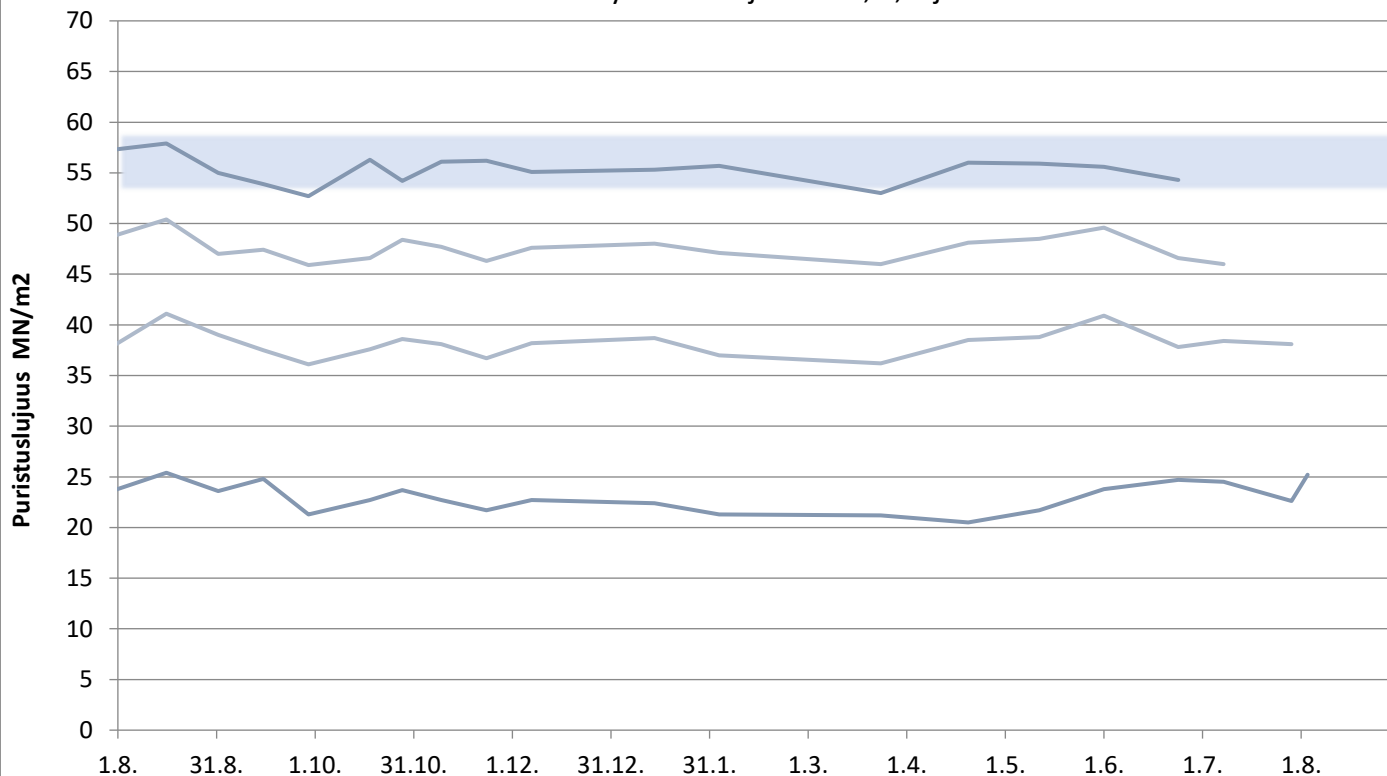


# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

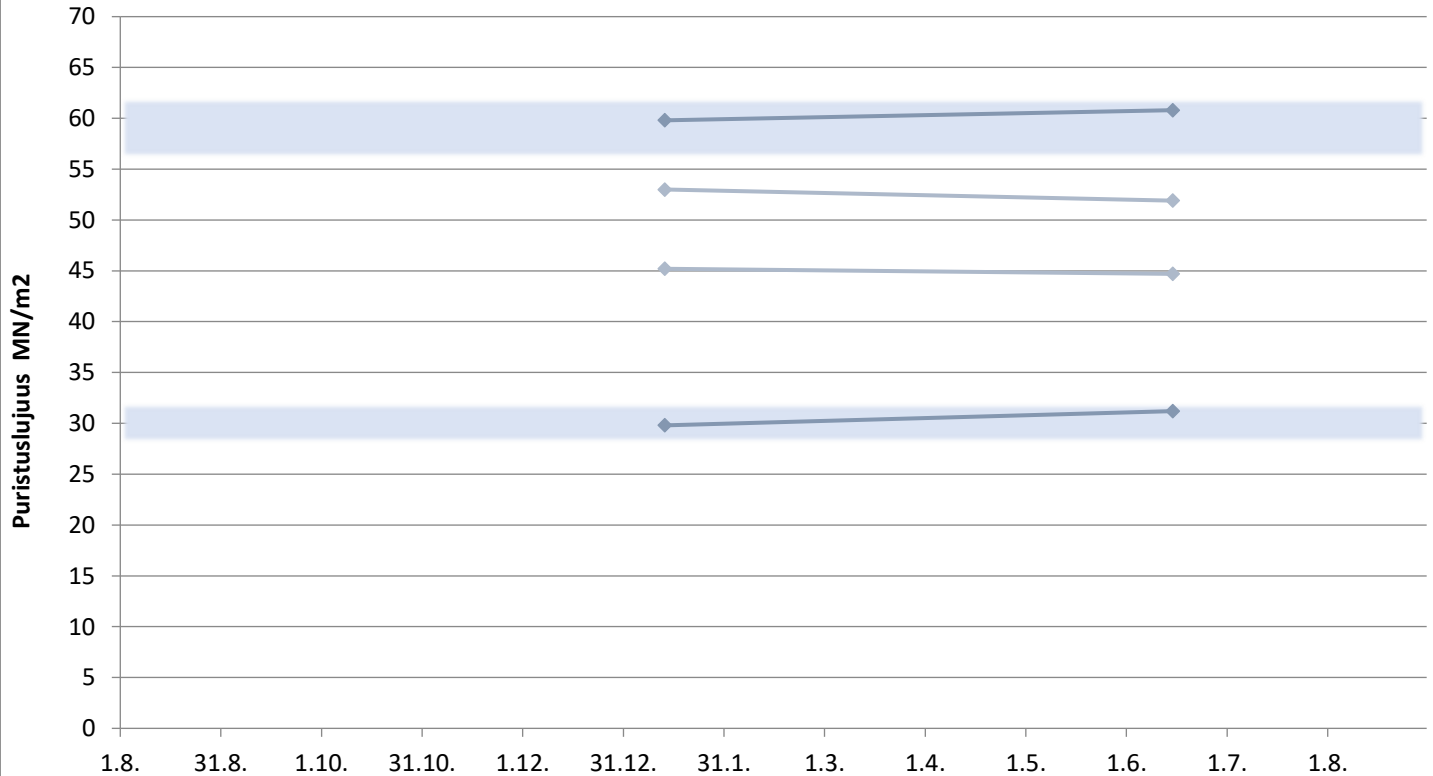

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

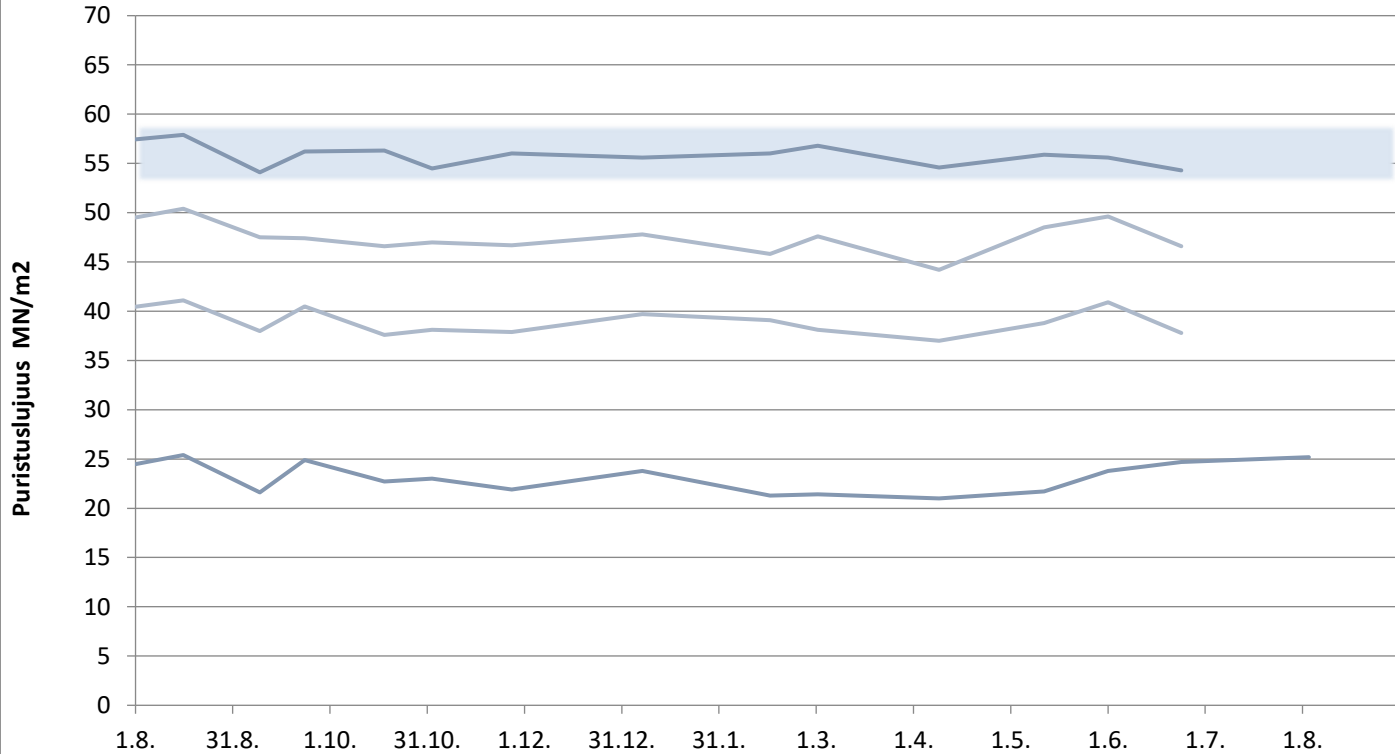

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

