

Laatuinformaatio vko 36

pvm:

4.9.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	24.08.	26	19.08.	39	27.07.	49				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	26.08.	26	24.08.	39	29.07.	49	440	36	10	15
	31.08.	26	26.08.	39	05.08.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	26.08.	24	19.08.	47	27.07.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	31.08.	23	24.08.	47	29.07.	56	460	32	8	0
	02.09.	23	26.08.	48	05.08.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	26.08.	31	24.08.	45	27.07.	61				
CEM I 52.5 R	31.08.	31	26.08.	45	29.07.	61	560	35	4	
	02.09.	31	31.08.	45	05.08.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	30.05.	25	30.05.	62	30.05.	70	410	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-seimentti	24.08.	26	19.08.	40	29.07.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	26.08.	26	24.08.	41	03.08.	51	450	33	18	6
	31.08.	25	26.08.	40	05.08.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	24.08.	22	19.08.	51	29.07.	60				
CEM II/A-LL 52.5 N	26.08.	22	24.08.	52	03.08.	60	500	31	10	0
	31.08.	23	26.08.	52	05.08.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	26.08.	31	24.08.	45	29.07.	67				
CEM I 52.5 R	31.08.	31	26.08.	44	03.08.	67	560	30	3	0
	02.09.	31	31.08.	45	05.08.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti	24.08.	29	19.08.	44	29.07.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	26.08.	29	24.08.	45	03.08.	54	360	22	4	0
	31.08.	29	26.08.	45	05.08.	54				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
24.08.	385	17.08.	53 %	27.07.	82 %
28.08.	384	20.08.	55 %	30.07.	83 %
31.08.	373	24.08.	57 %	03.08.	84 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

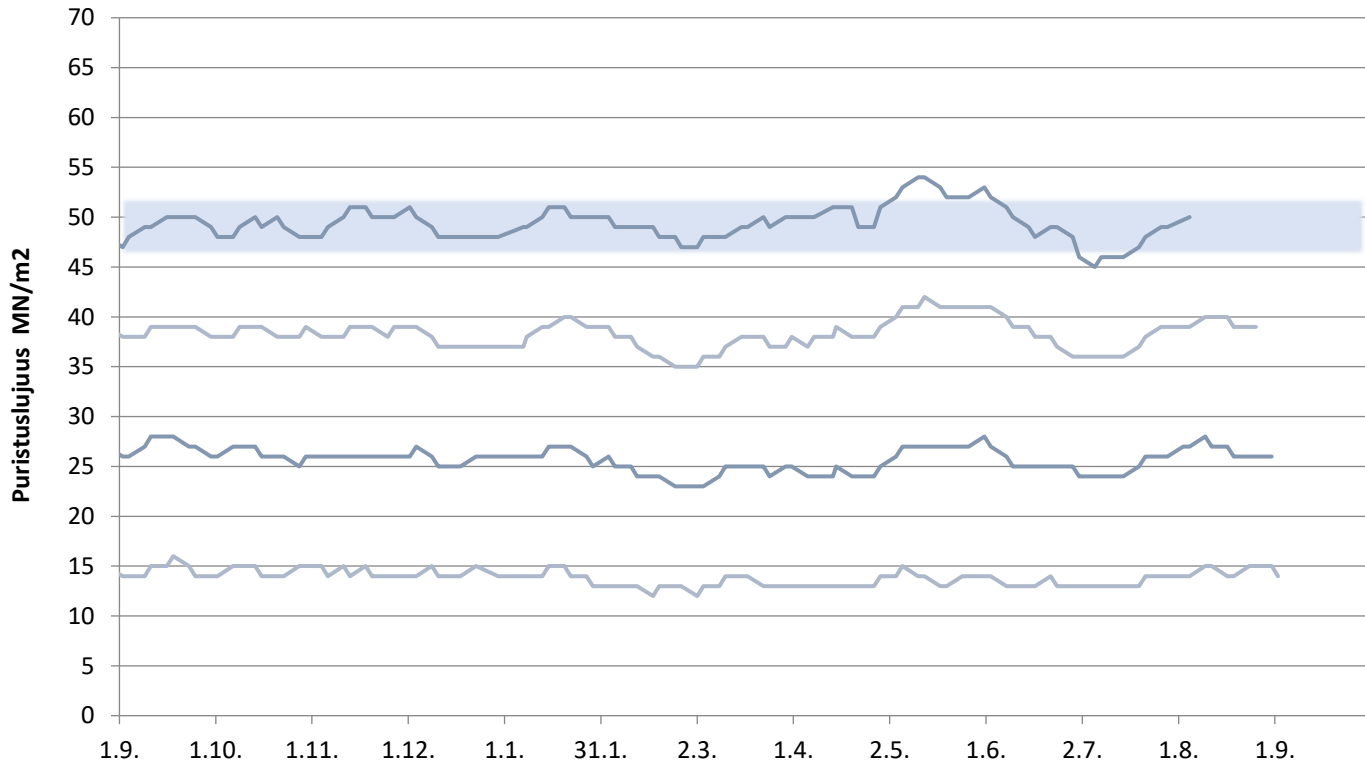


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 4.9.2020


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

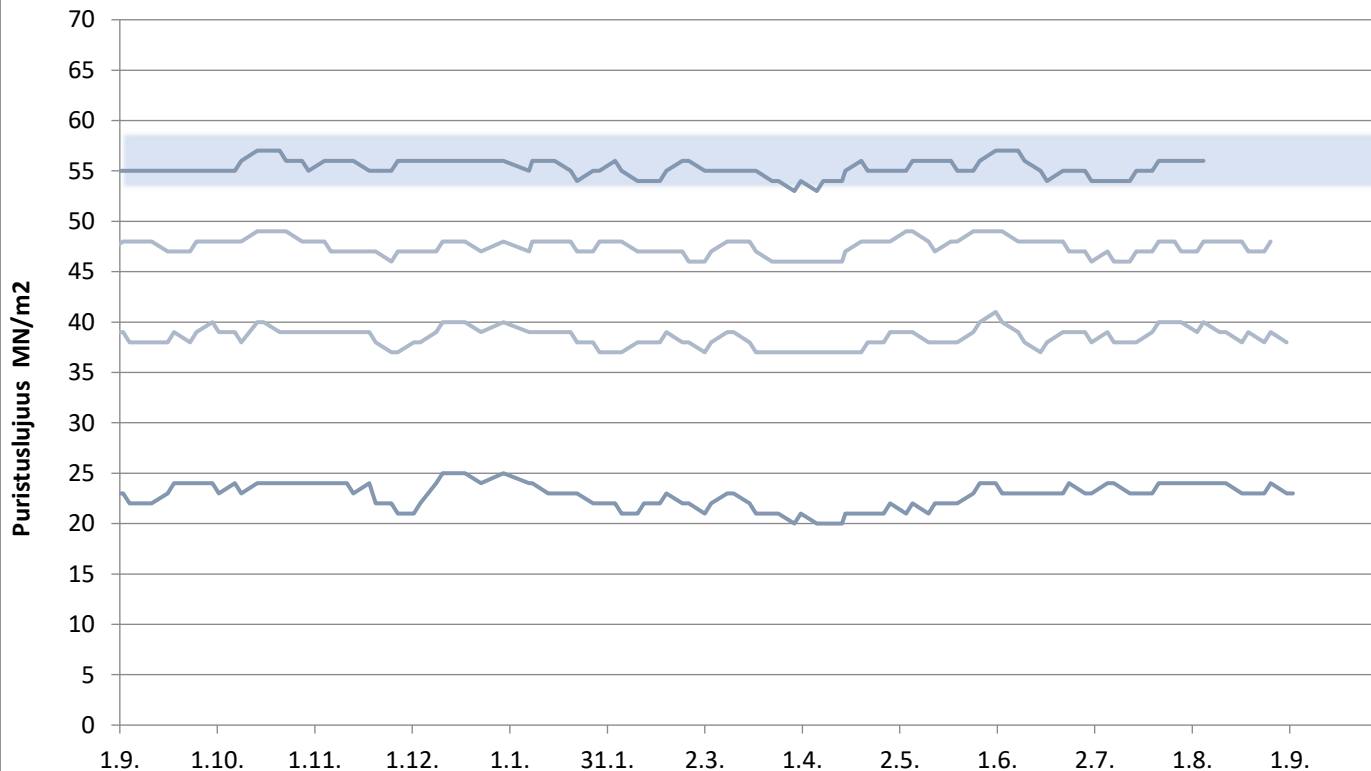

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

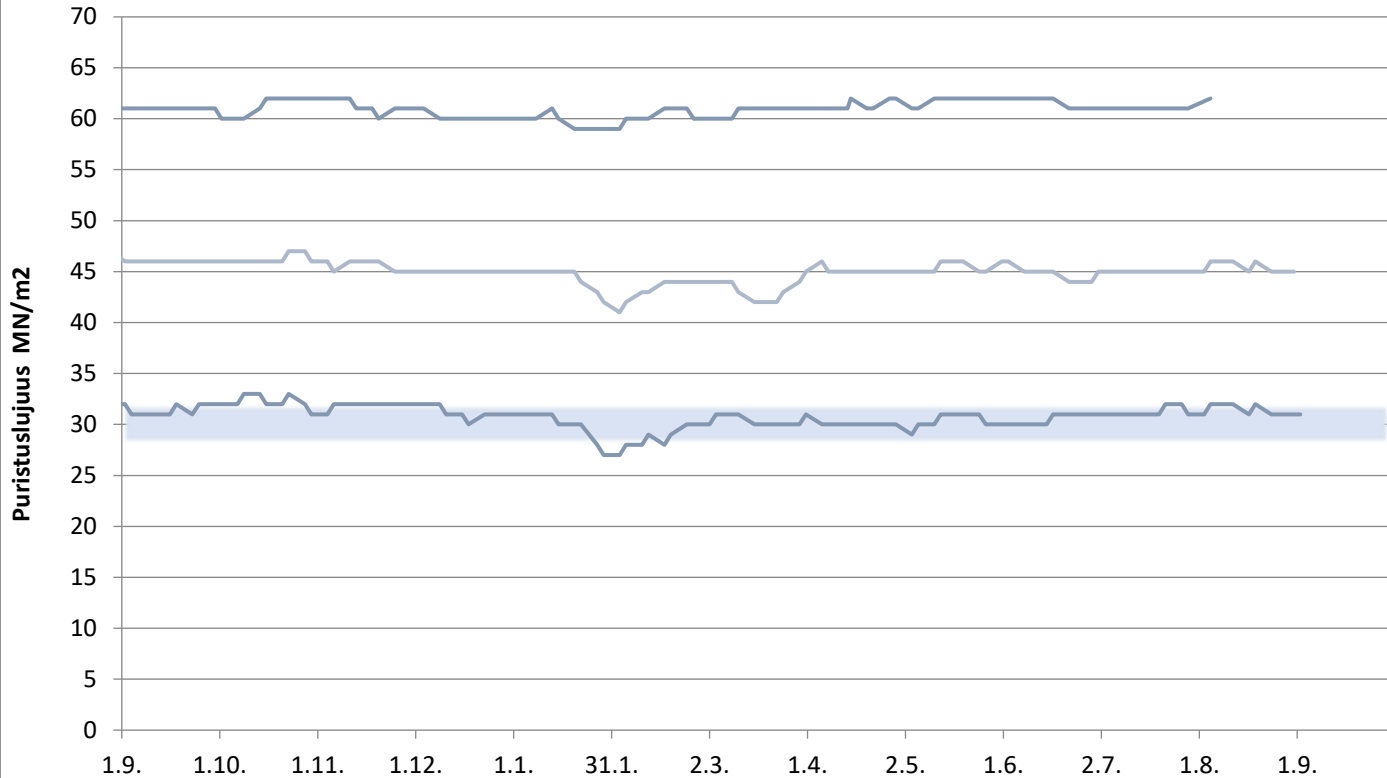


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 4.9.2020


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

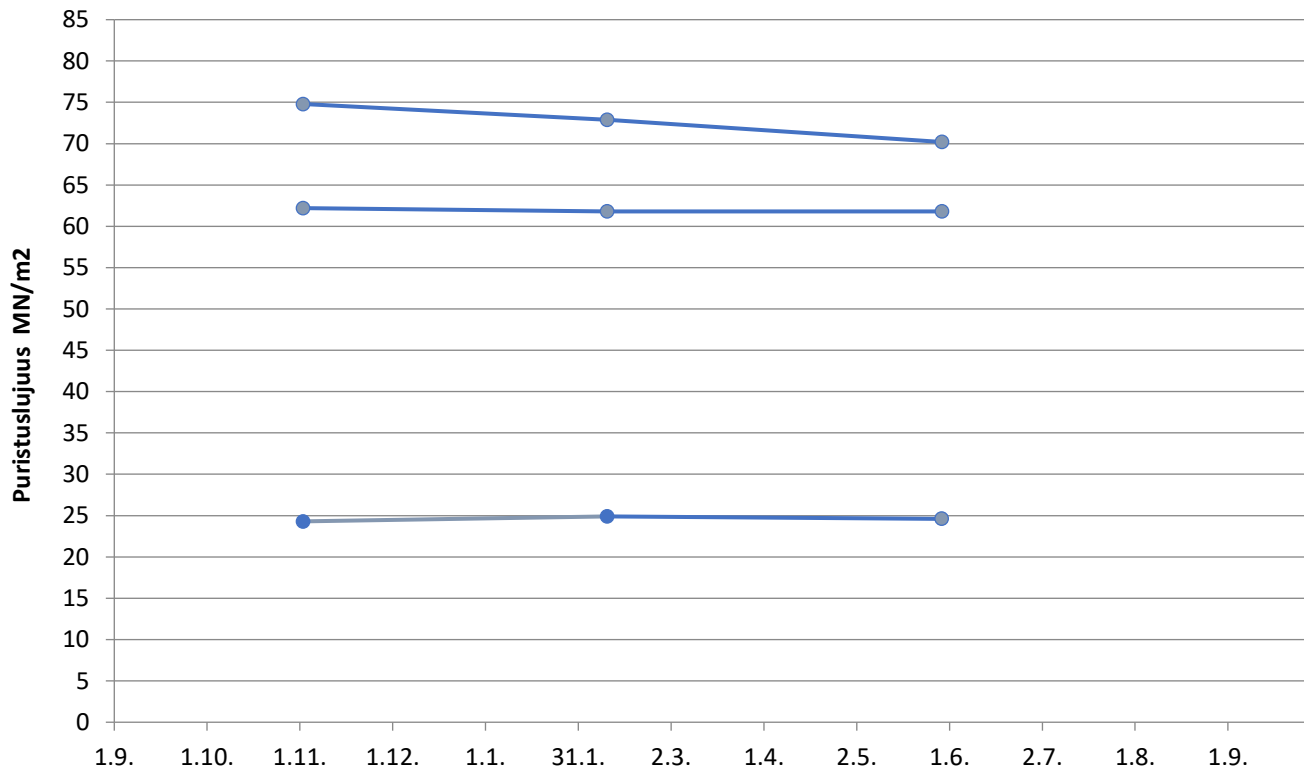


Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

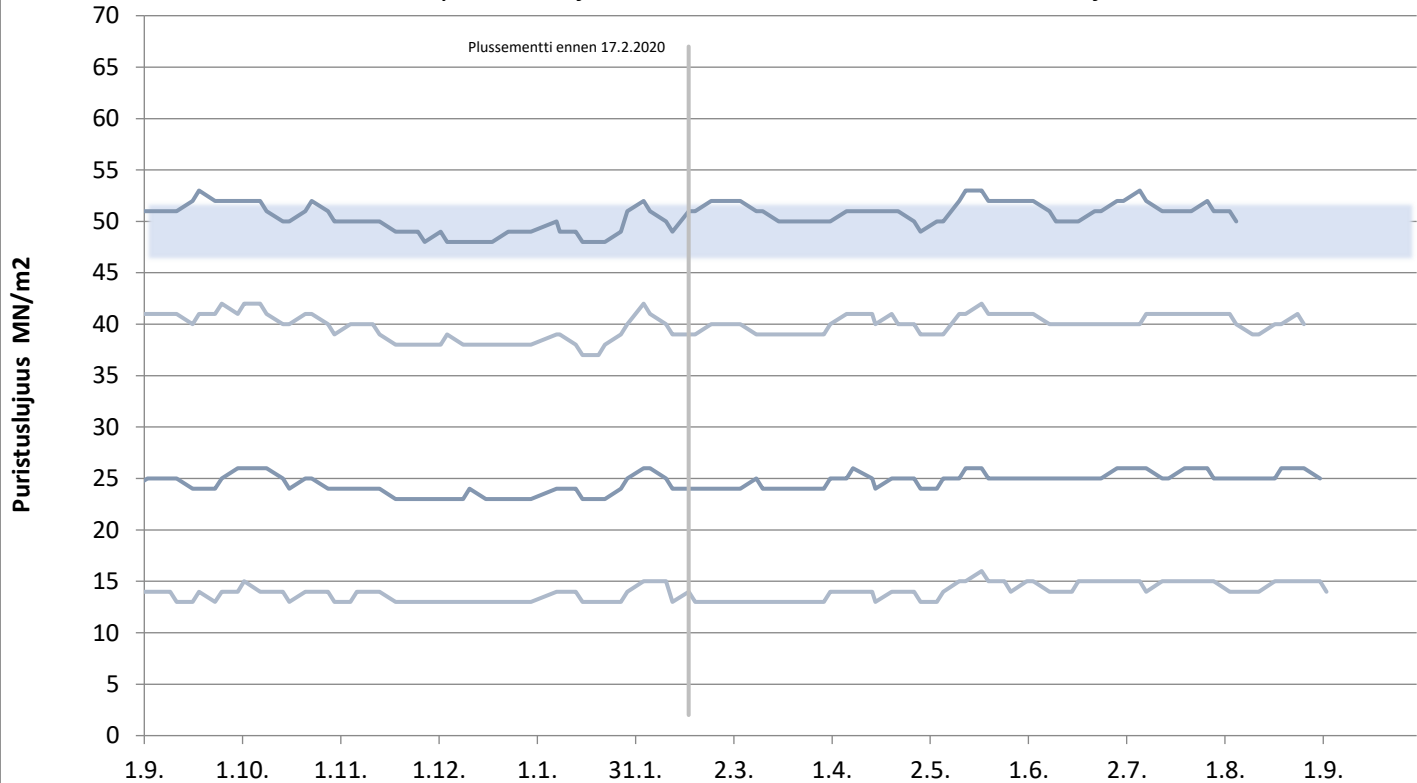

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

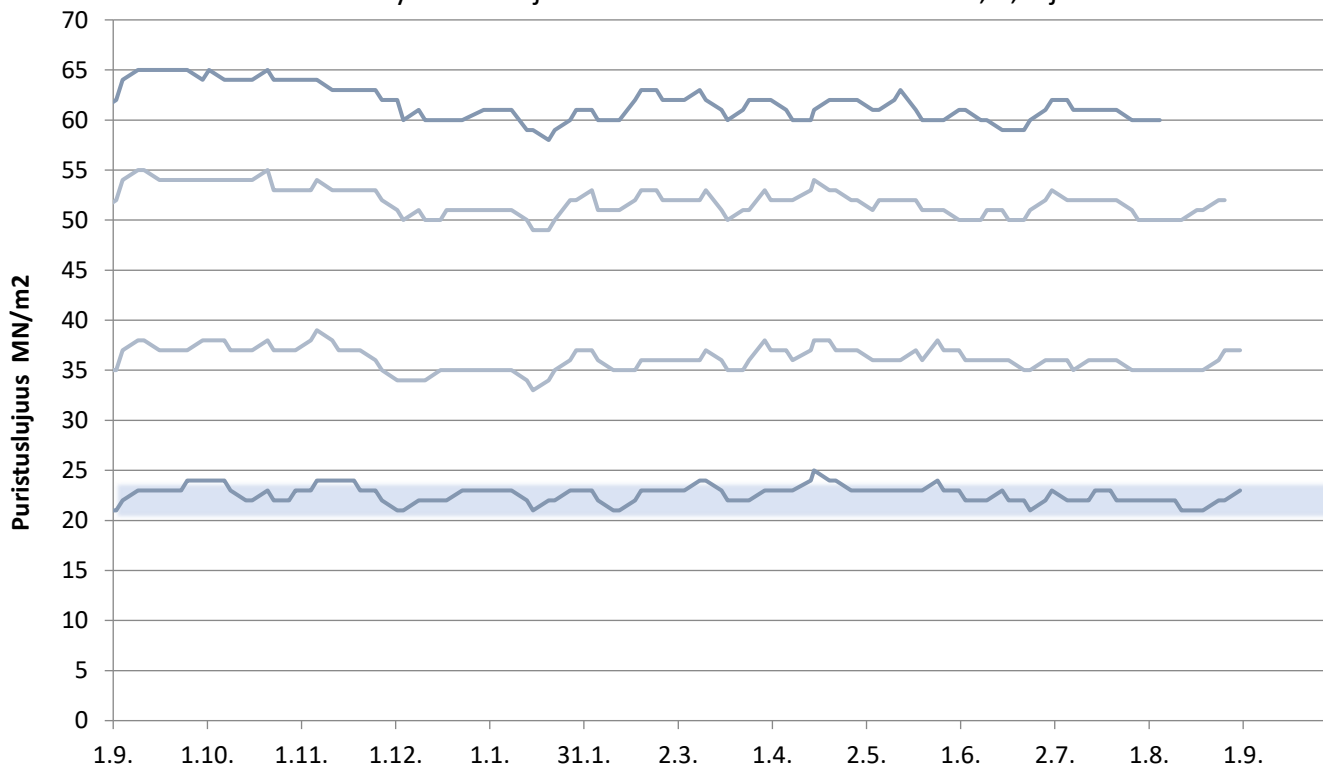


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 4.9.2020


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

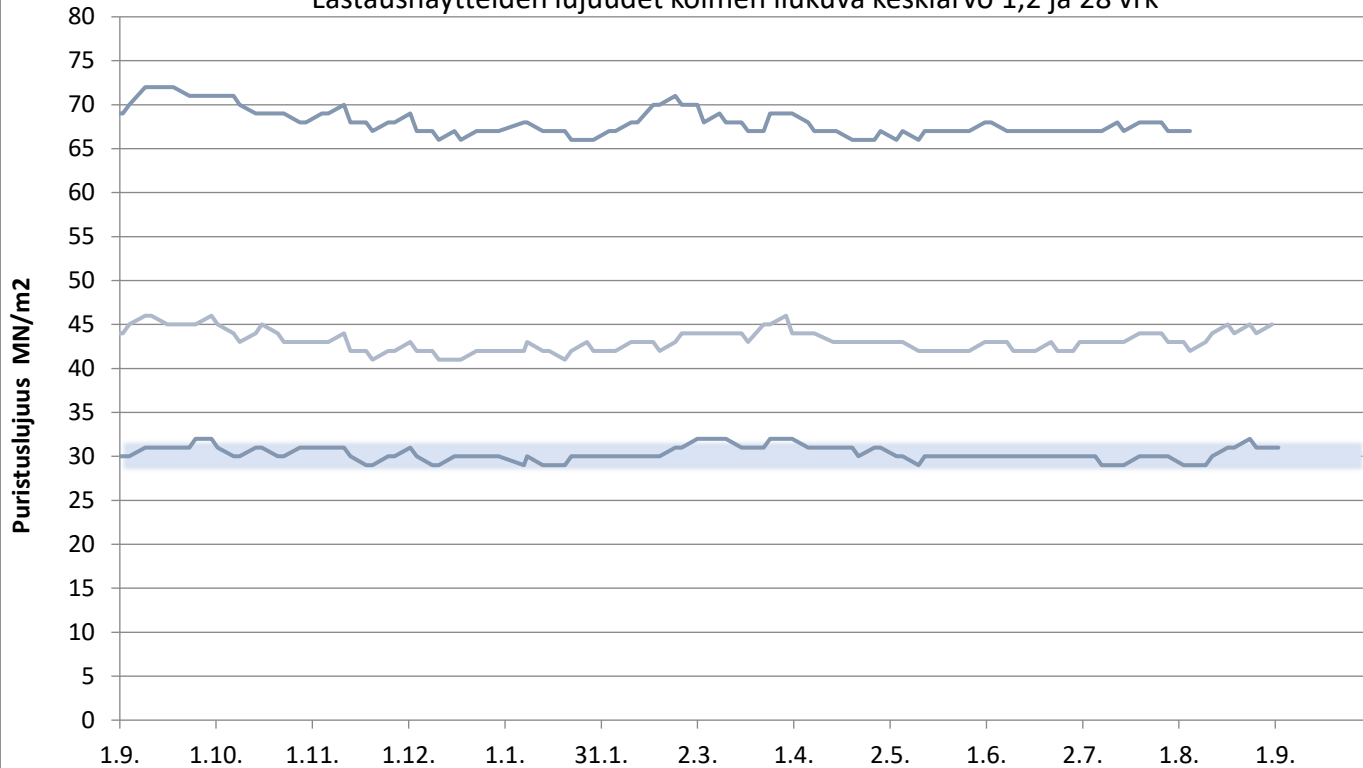

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

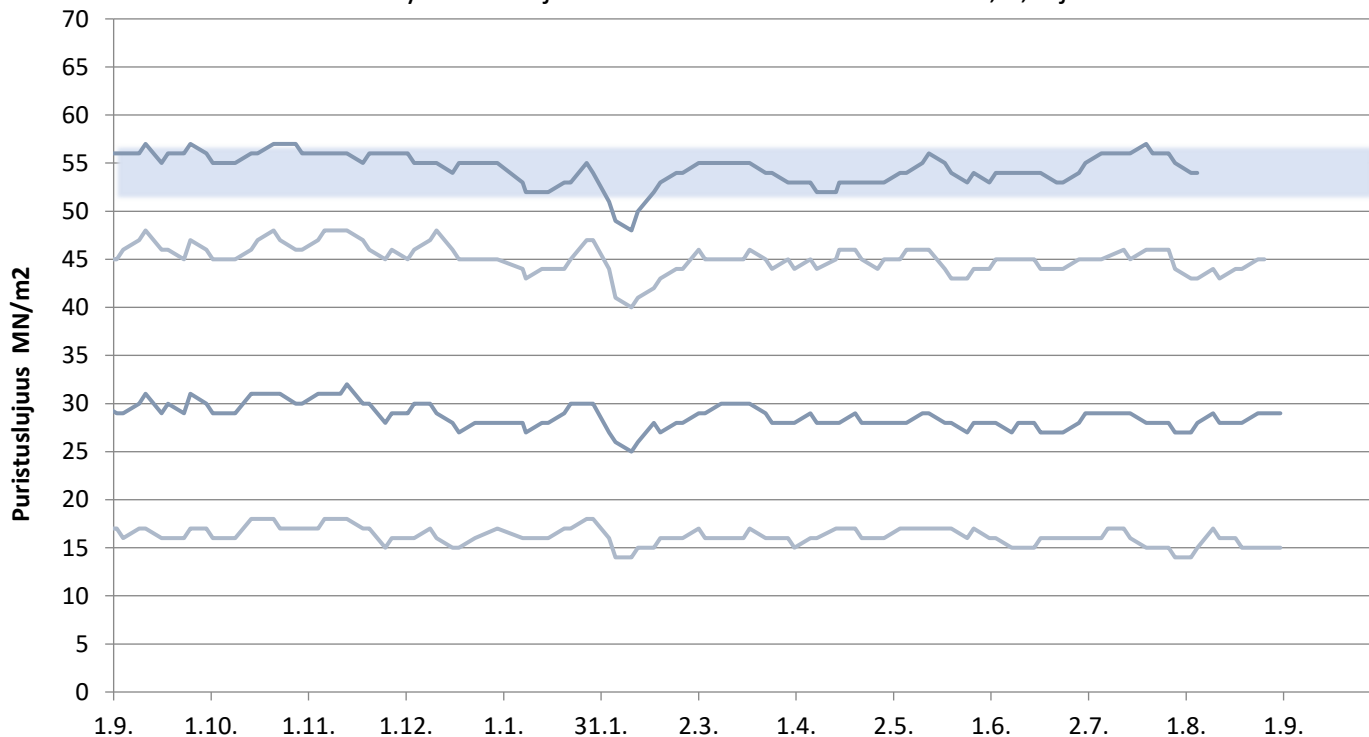


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 4.9.2020


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

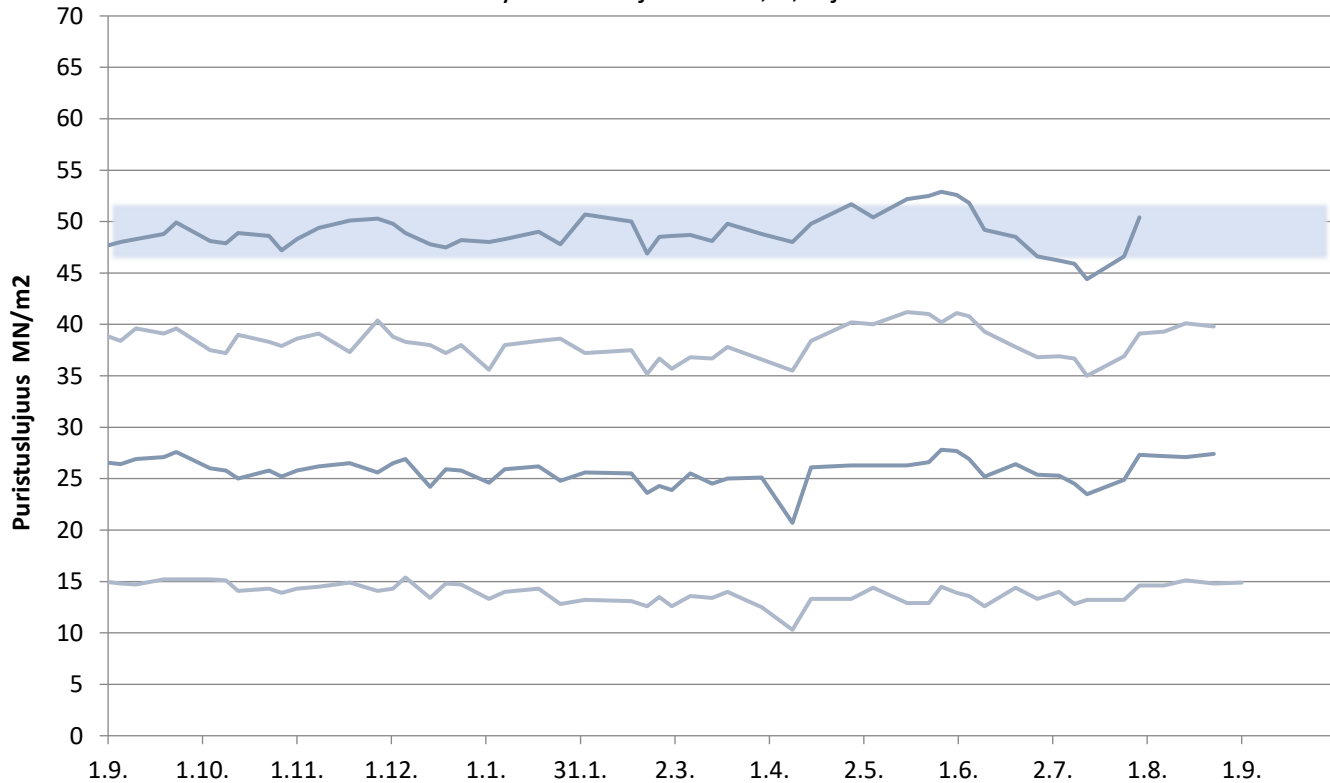


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

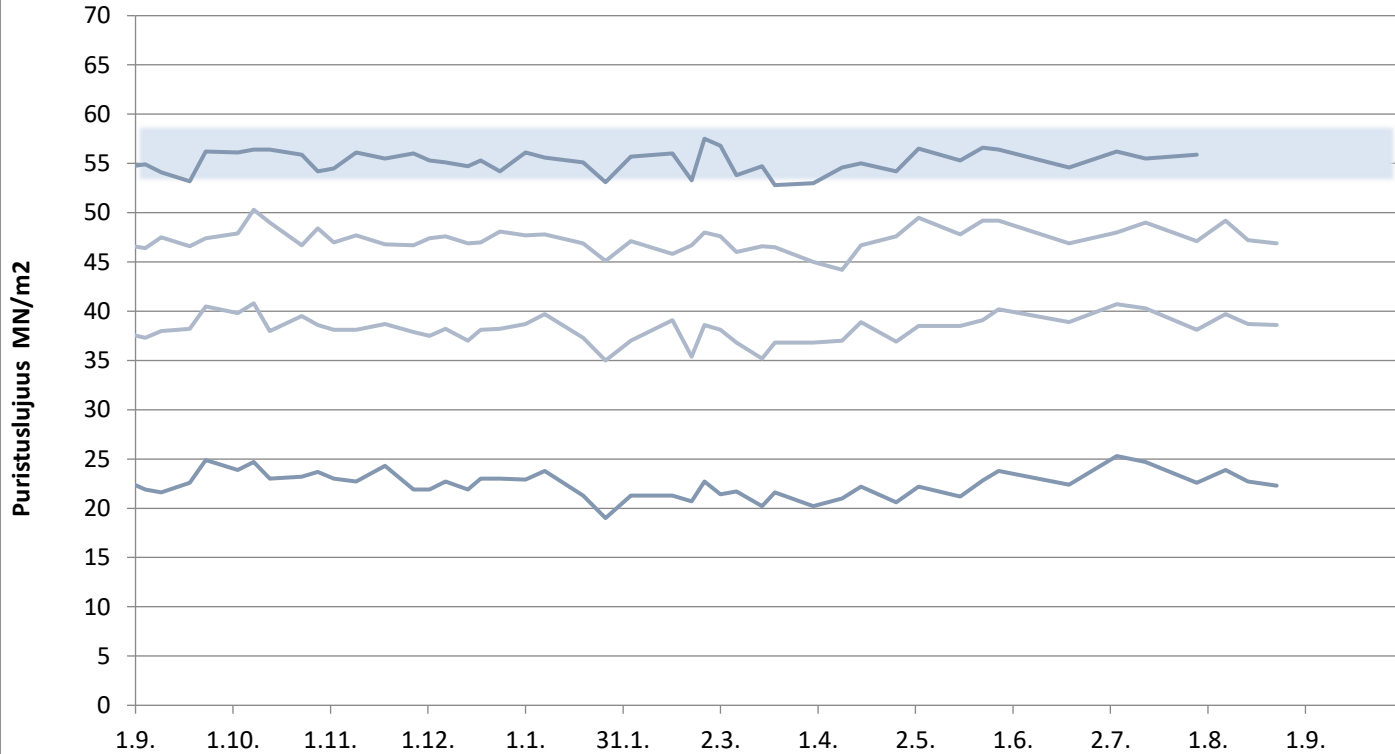


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

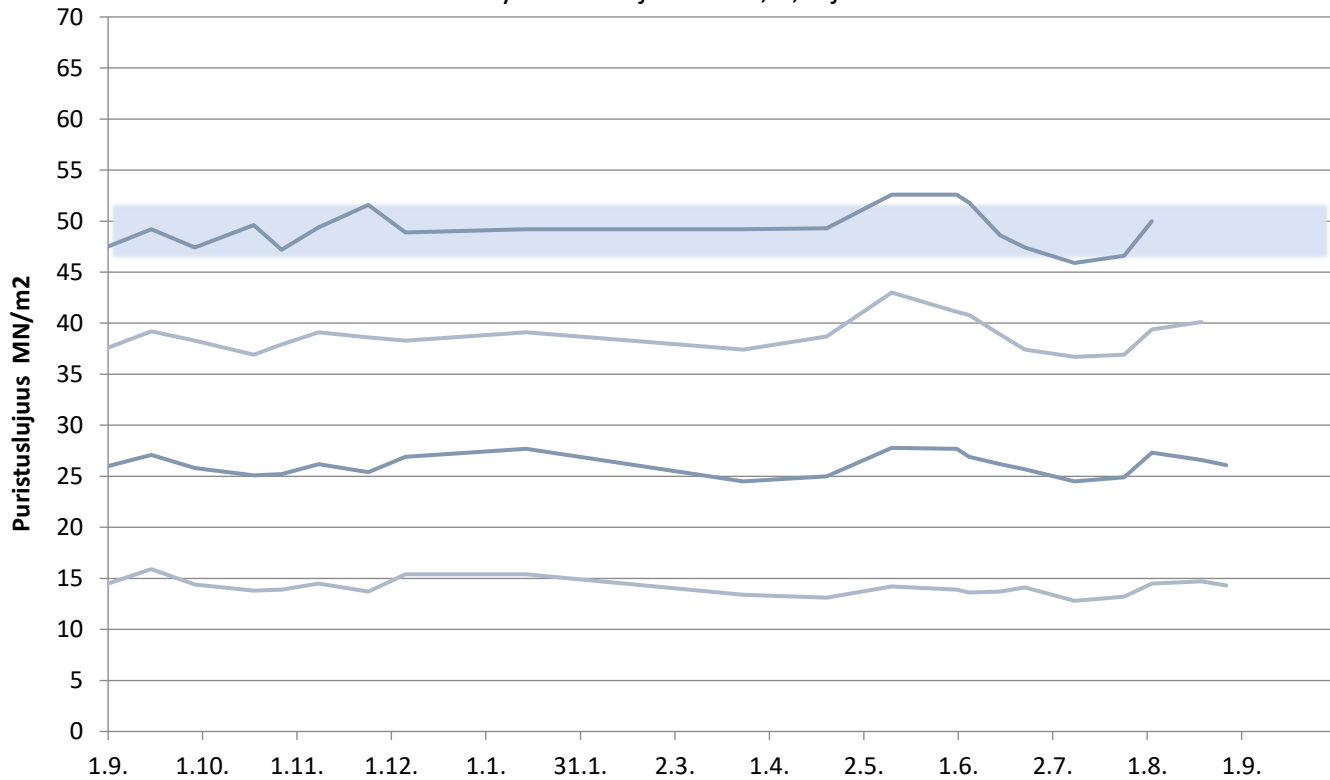


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

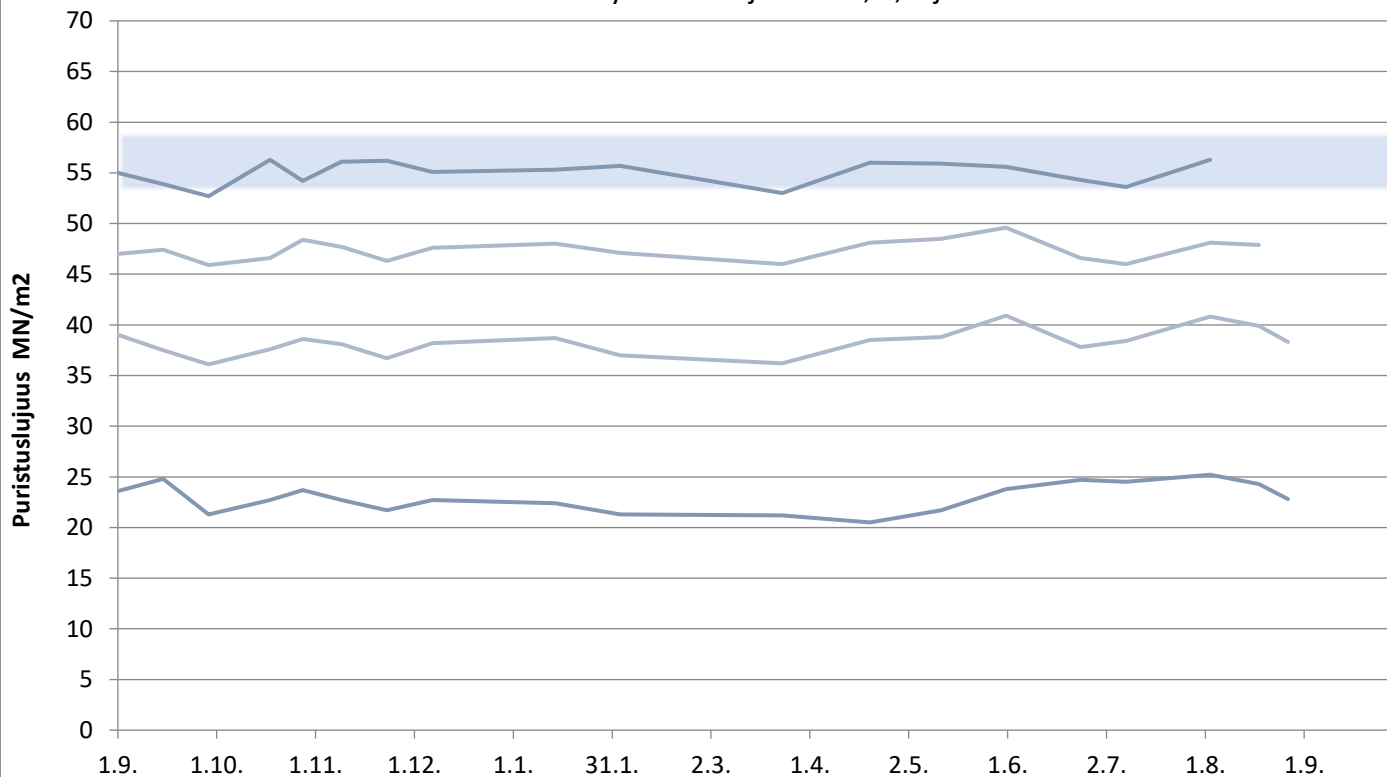


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

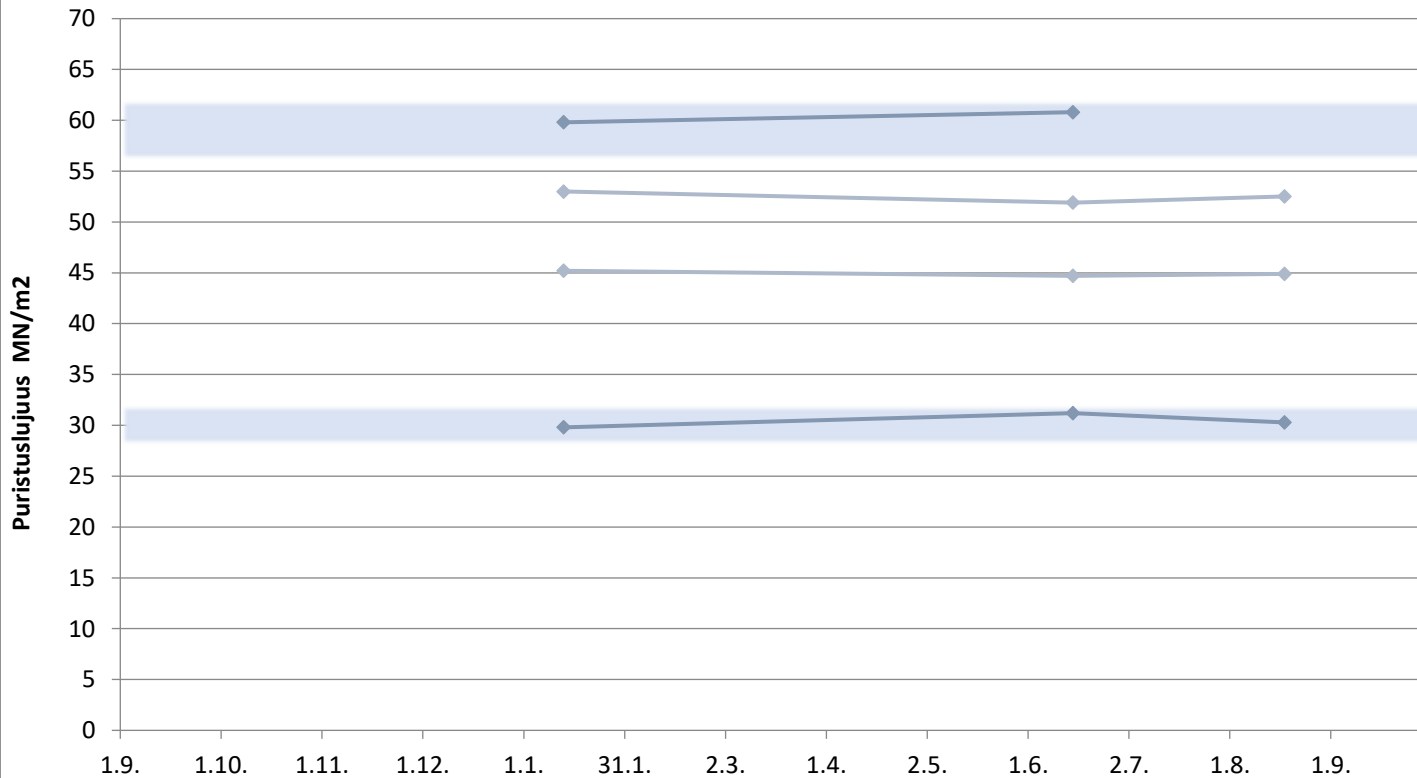

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

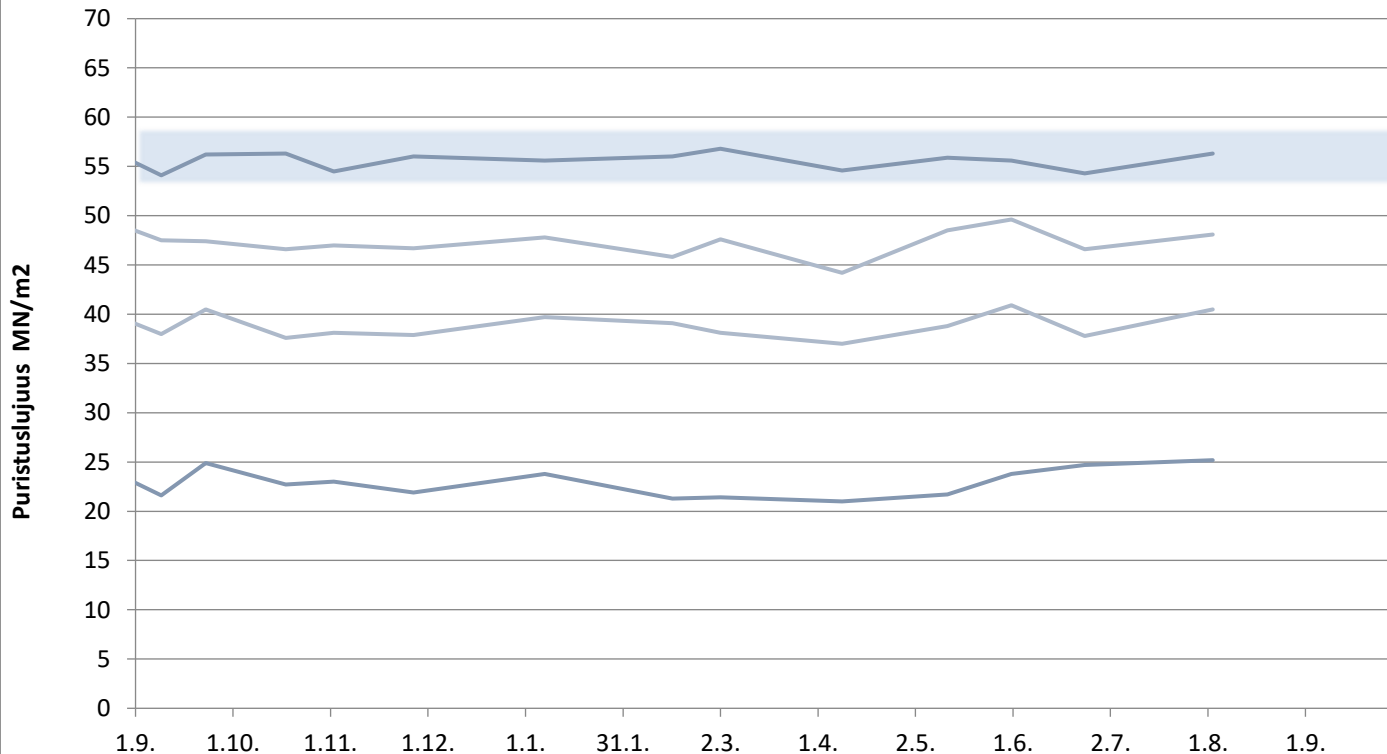

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

