

Laatuinformaatio vko 37

pvm:

11.9.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	31.08.	26	26.08.	39	05.08.	50	440	35	10	15
	02.09.	26	31.08.	39	10.08.	51				
	07.09.	26	02.09.	39	12.08.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	02.09.	23	26.08.	48	05.08.	56	460	33	8	0
	07.09.	23	31.08.	47	10.08.	56				
	09.09.	24	02.09.	48	12.08.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	02.09.	31	31.08.	45	05.08.	62	550	35	4	
	07.09.	31	02.09.	45	10.08.	62				
	09.09.	31	07.09.	44	12.08.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti * CEM I 52.5 R - SR5	30.05.	25	30.05.	62	30.05.	70	410	81	0	0

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-seimentti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	31.08.	25	24.08.	41	05.08.	50	460	34	18	6
	02.09.	25	26.08.	40	10.08.	50				
	07.09.	25	31.08.	40	12.08.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	31.08.	23	26.08.	52	05.08.	60	500	32	10	0
	02.09.	22	31.08.	52	10.08.	60				
	07.09.	22	02.09.	52	12.08.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	02.09.	31	31.08.	45	05.08.	67	560	32	3	0
	07.09.	30	02.09.	44	10.08.	67				
	09.09.	30	07.09.	45	12.08.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti CEM I 42.5 N - SR3	31.08.	29	24.08.	45	05.08.	54	360	23	4	0
	02.09.	28	26.08.	45	10.08.	53				
	07.09.	28	31.08.	45	12.08.	52				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
31.08.	373	24.08.	57 %	03.08.	84 %
03.09.	373	28.08.	56 %	06.08.	82 %
07.09.	372	31.08.	56 %	10.08.	83 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209


Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

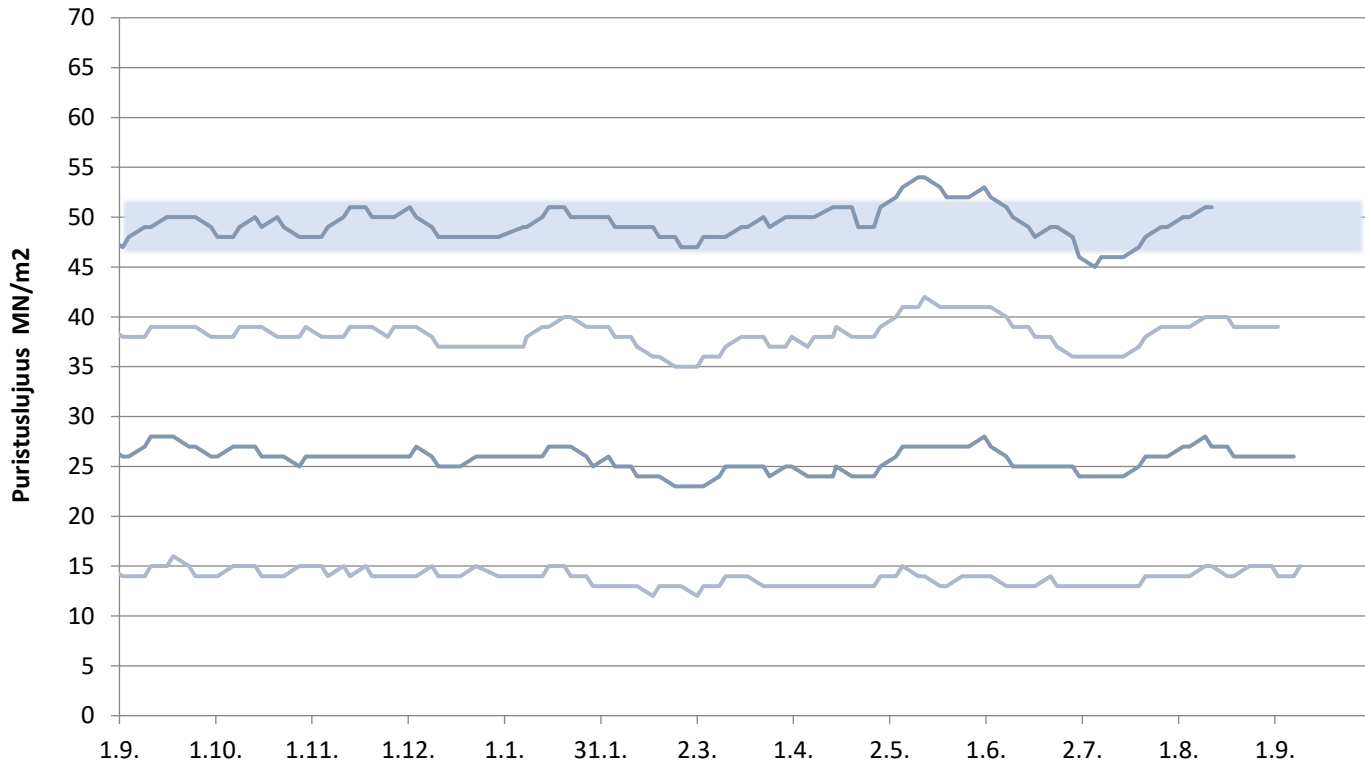


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

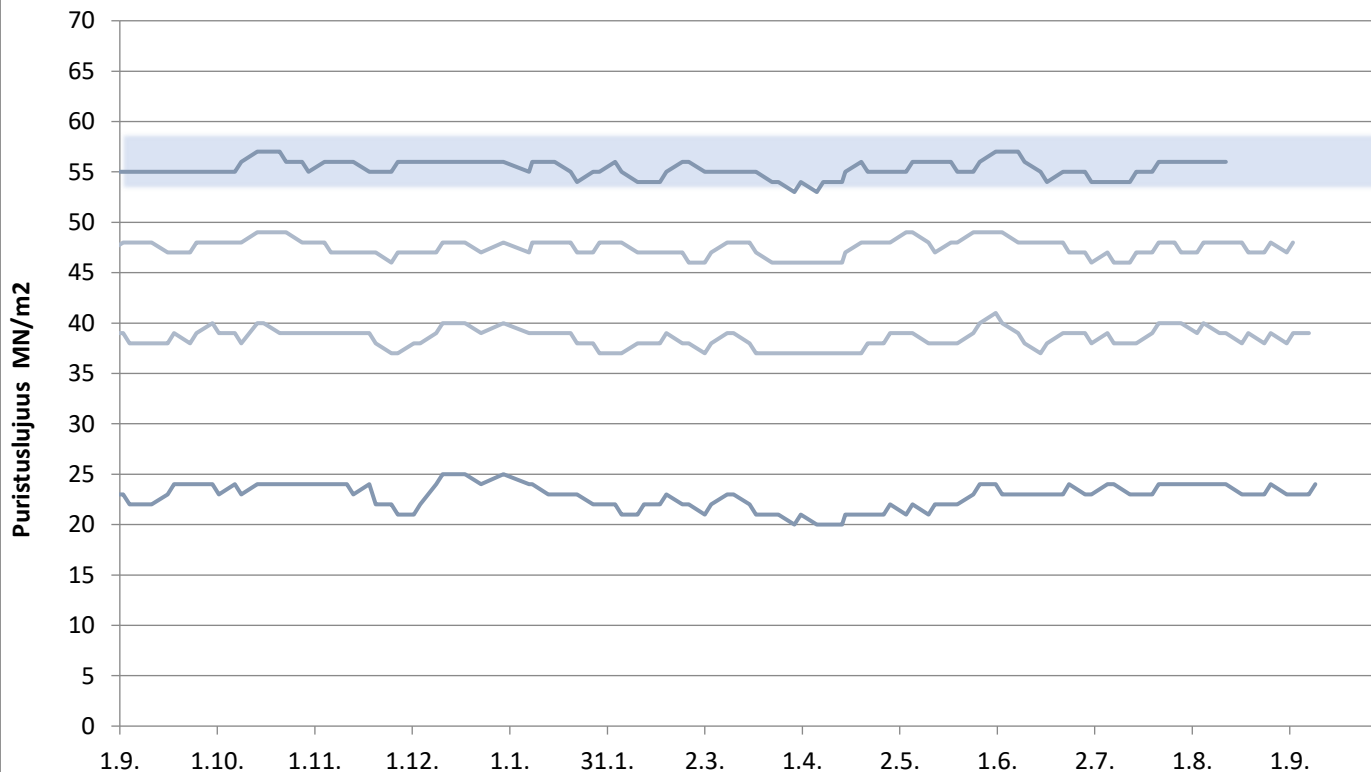

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

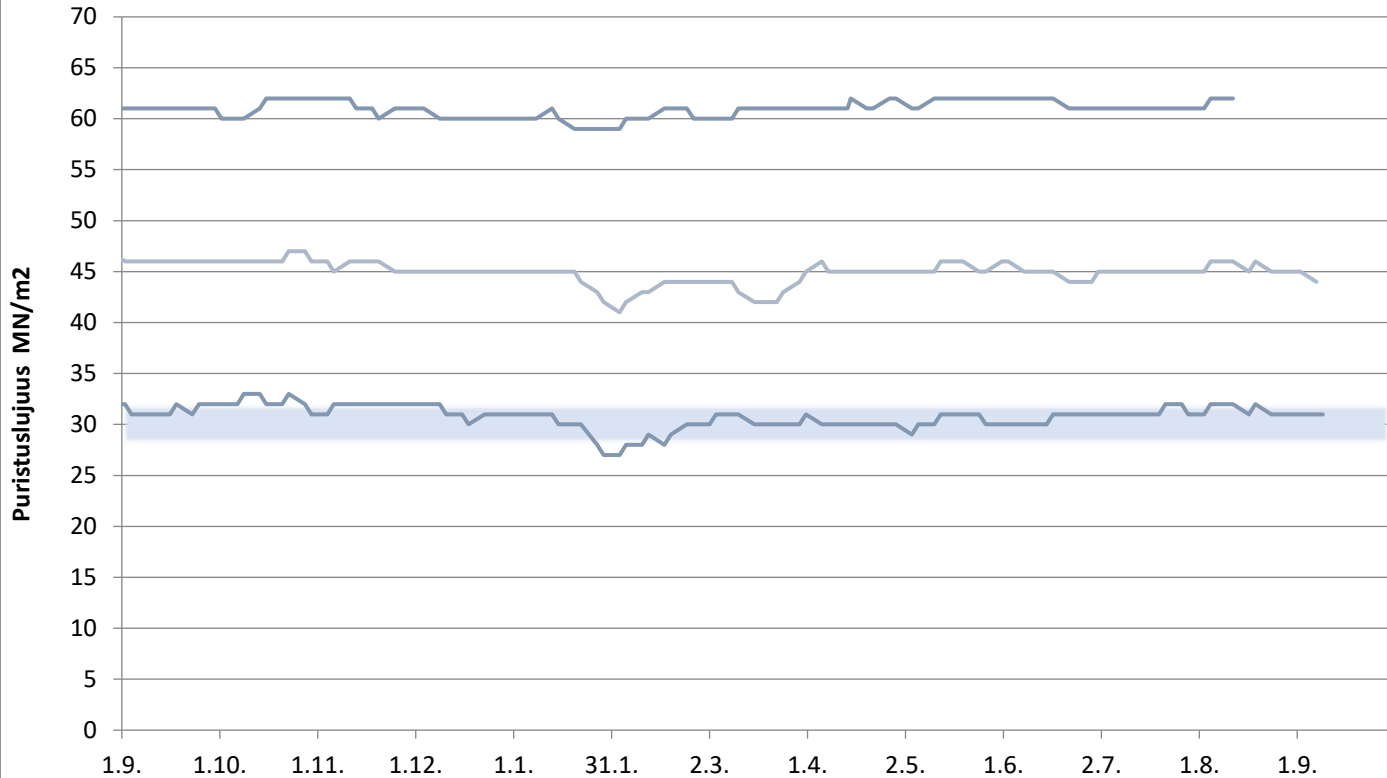


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 11.9.2020


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

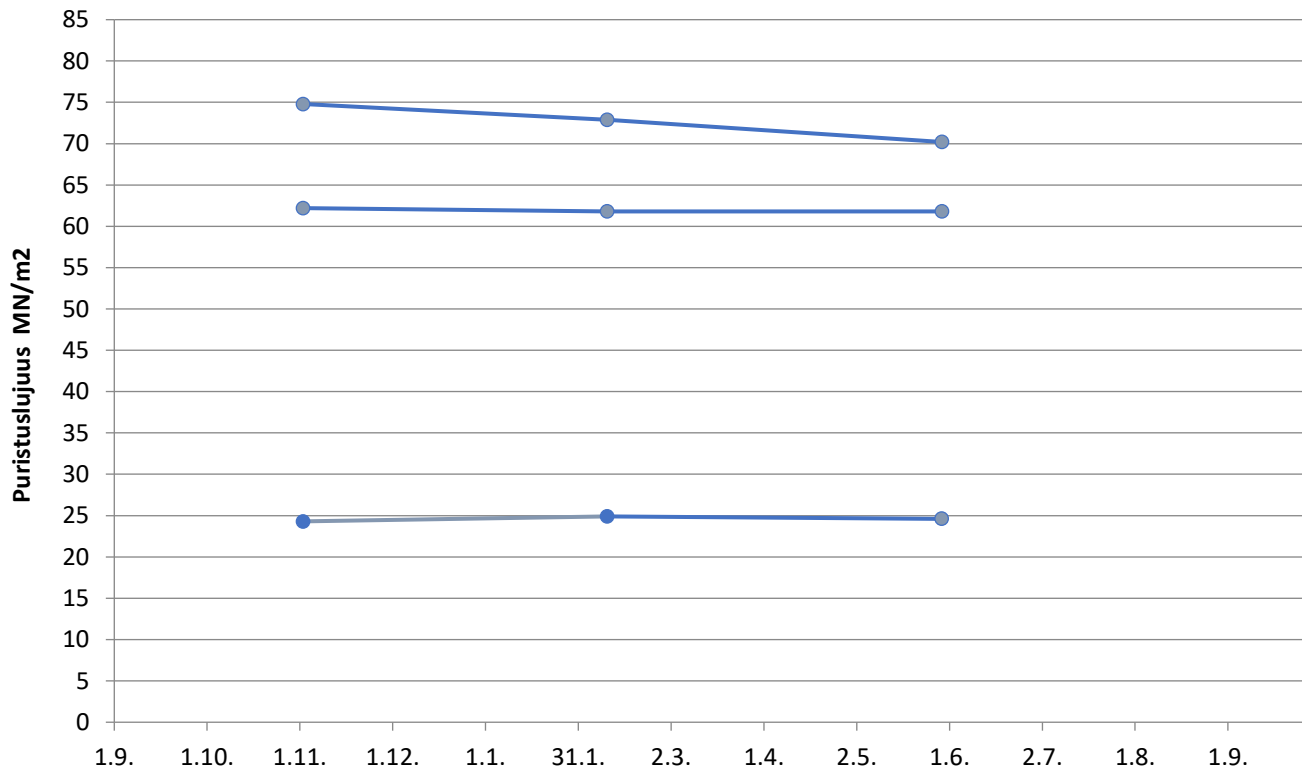


Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

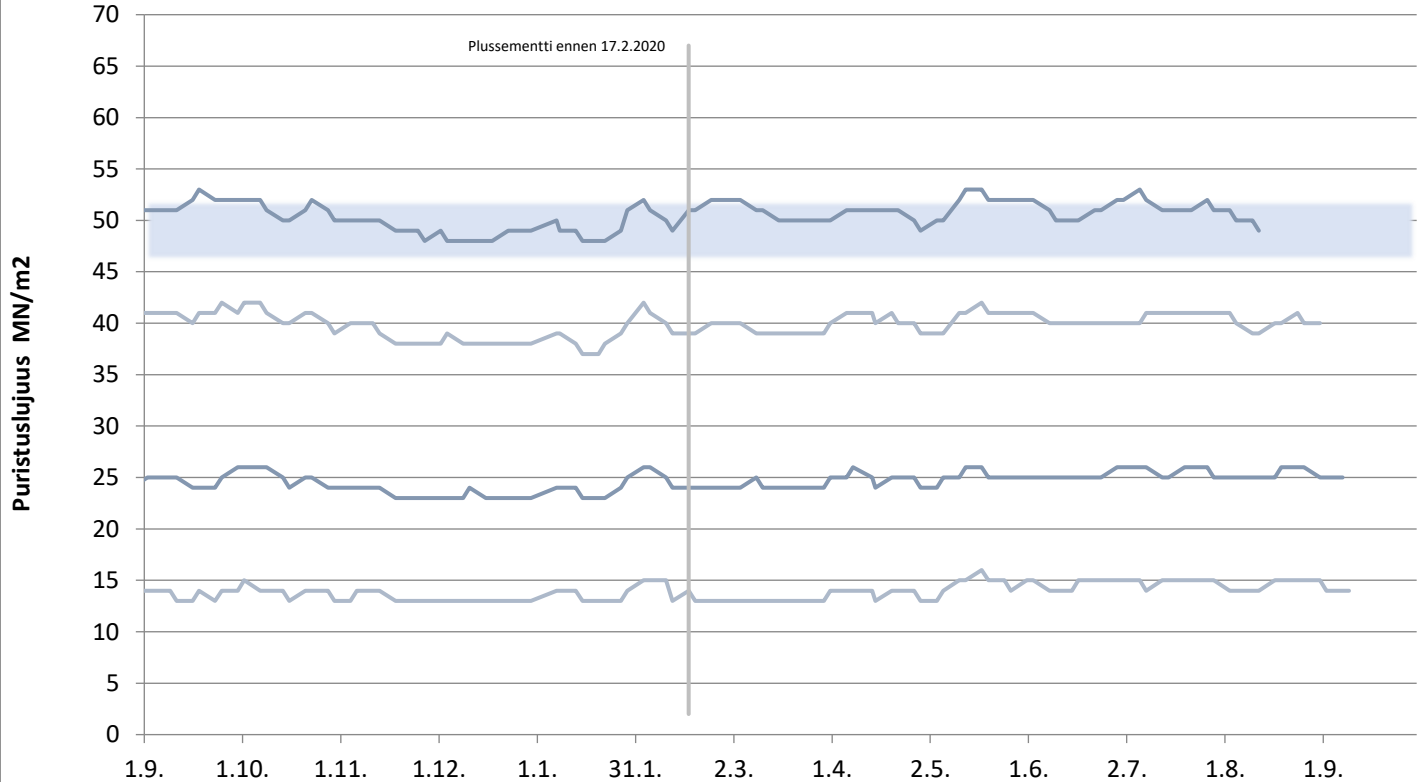


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

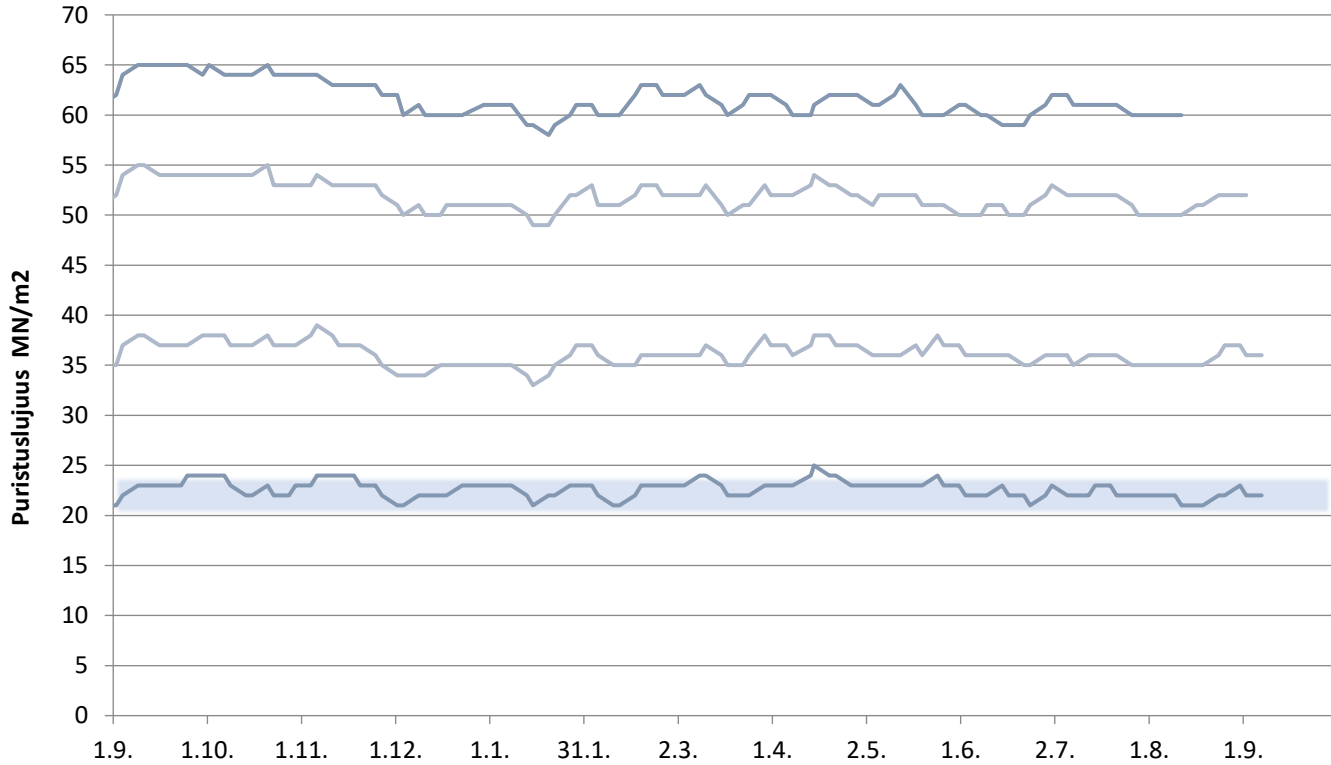


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

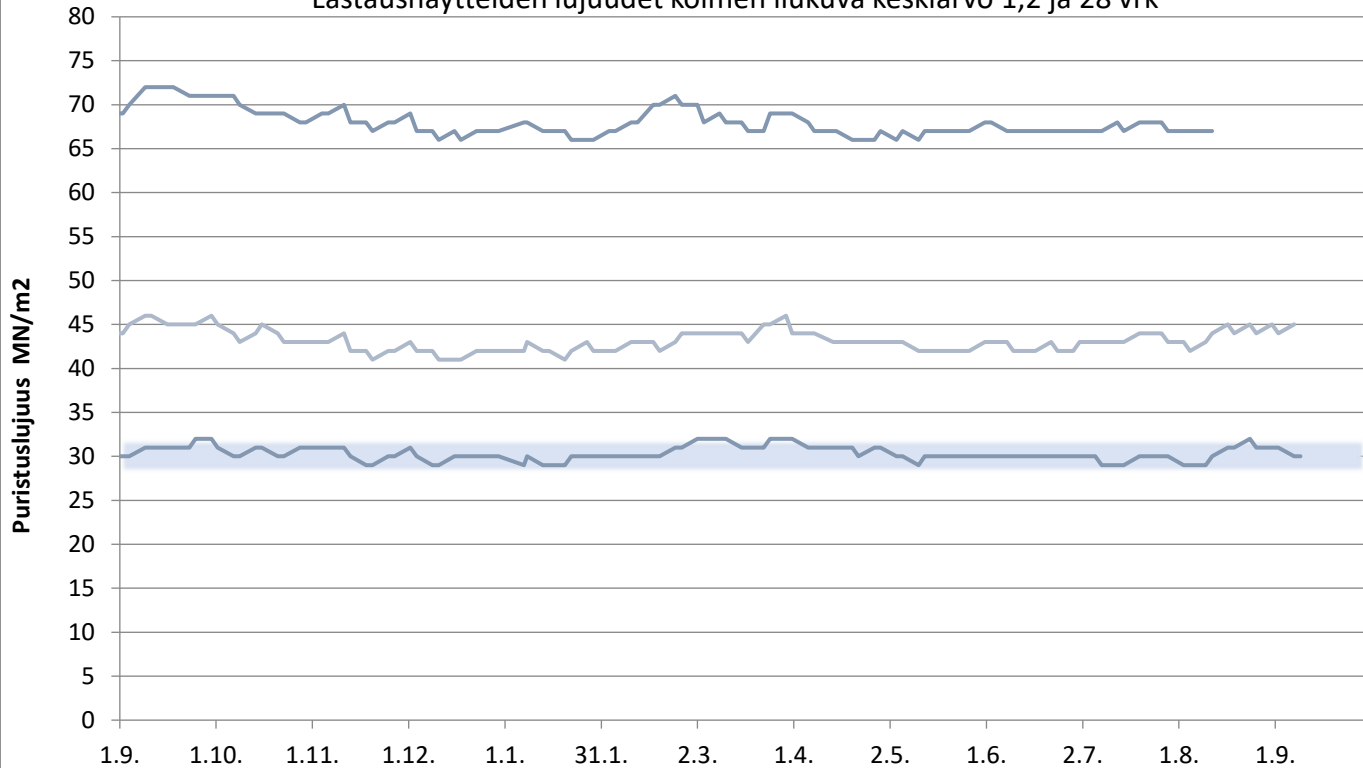

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

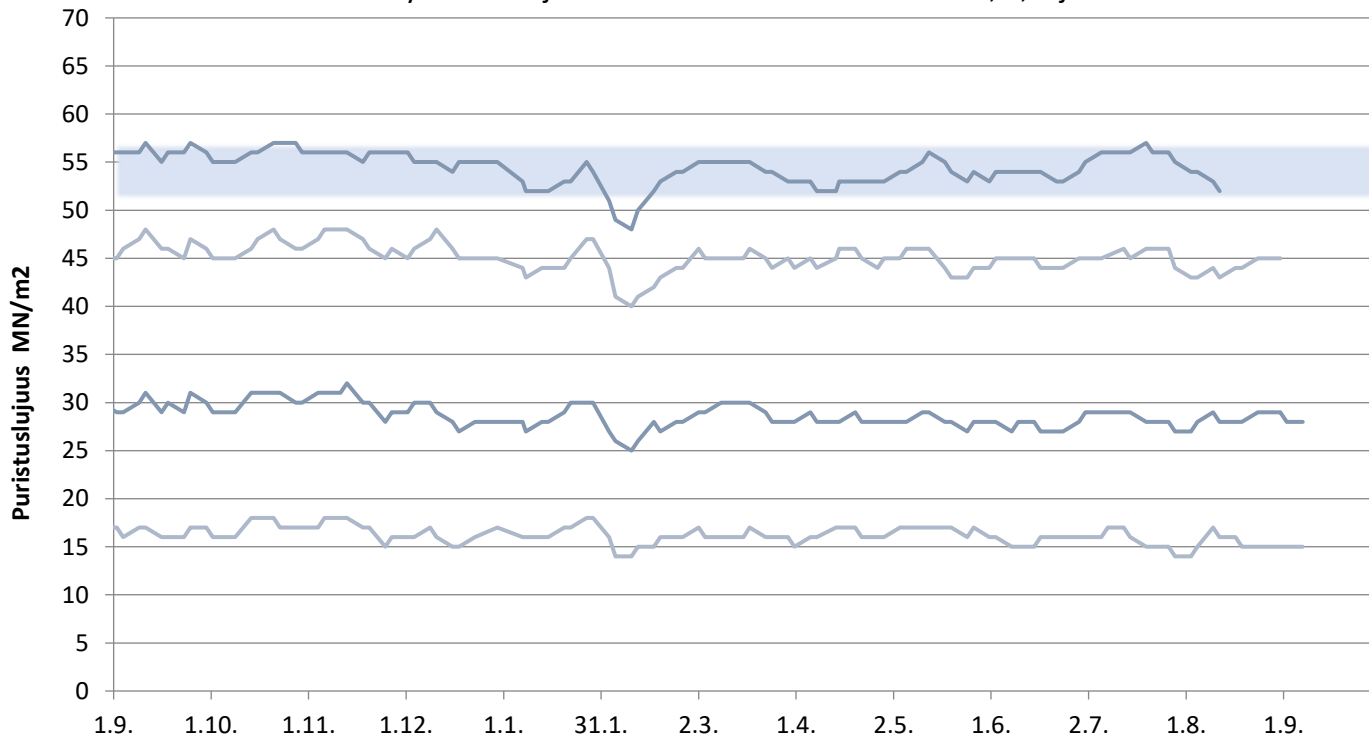


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 11.9.2020


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

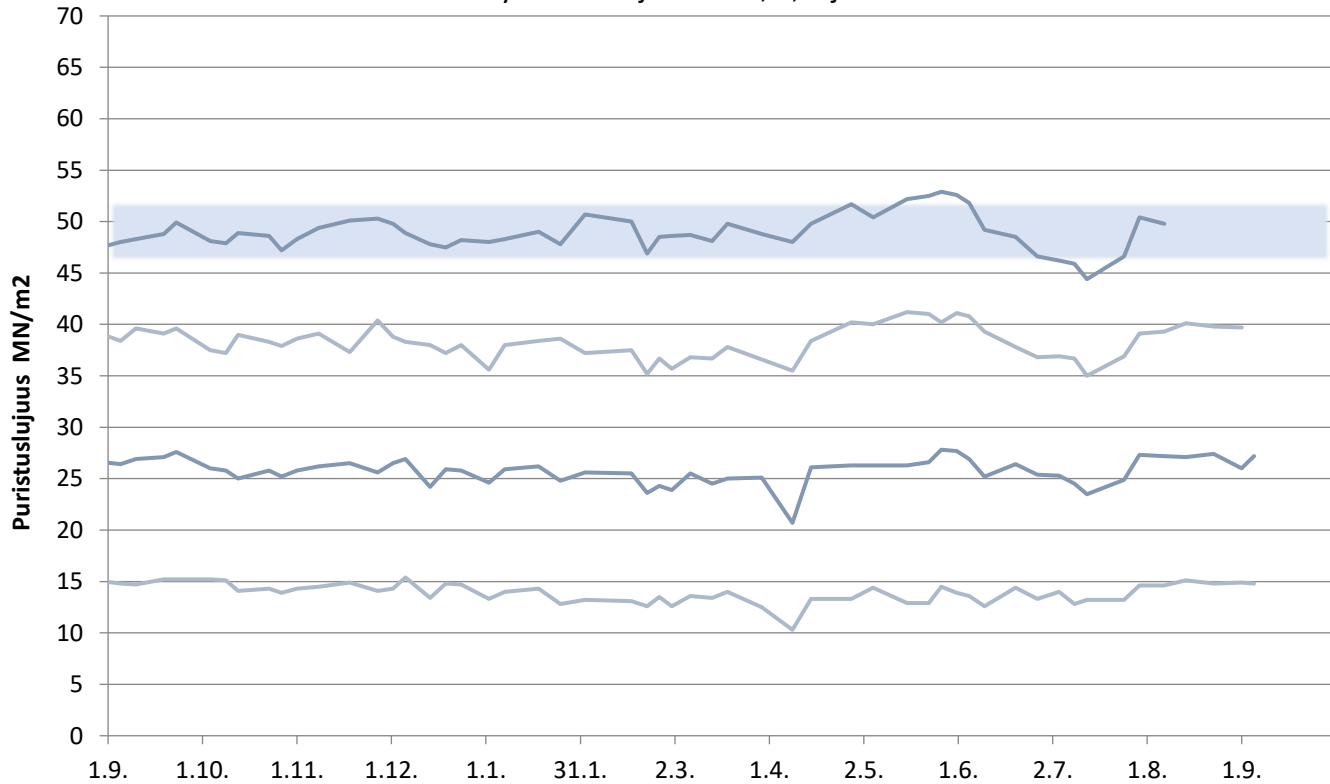


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

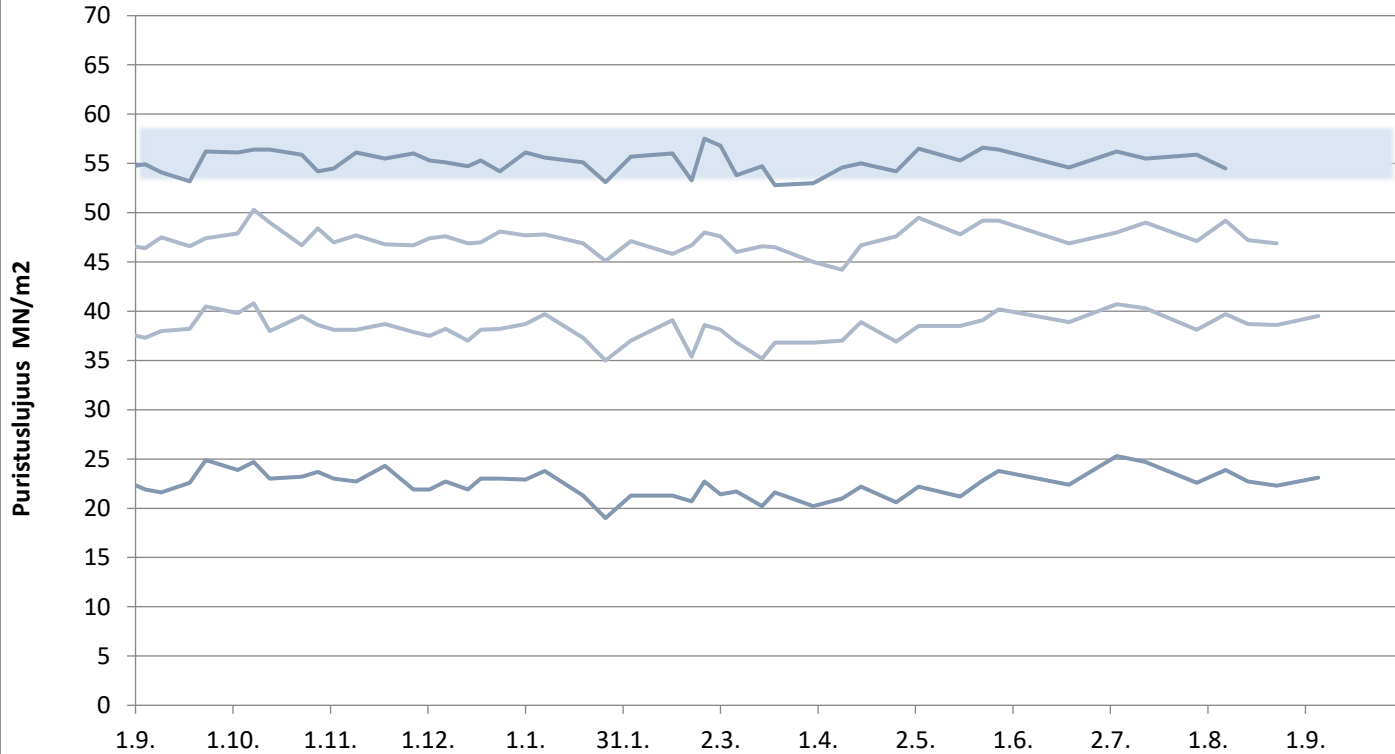


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

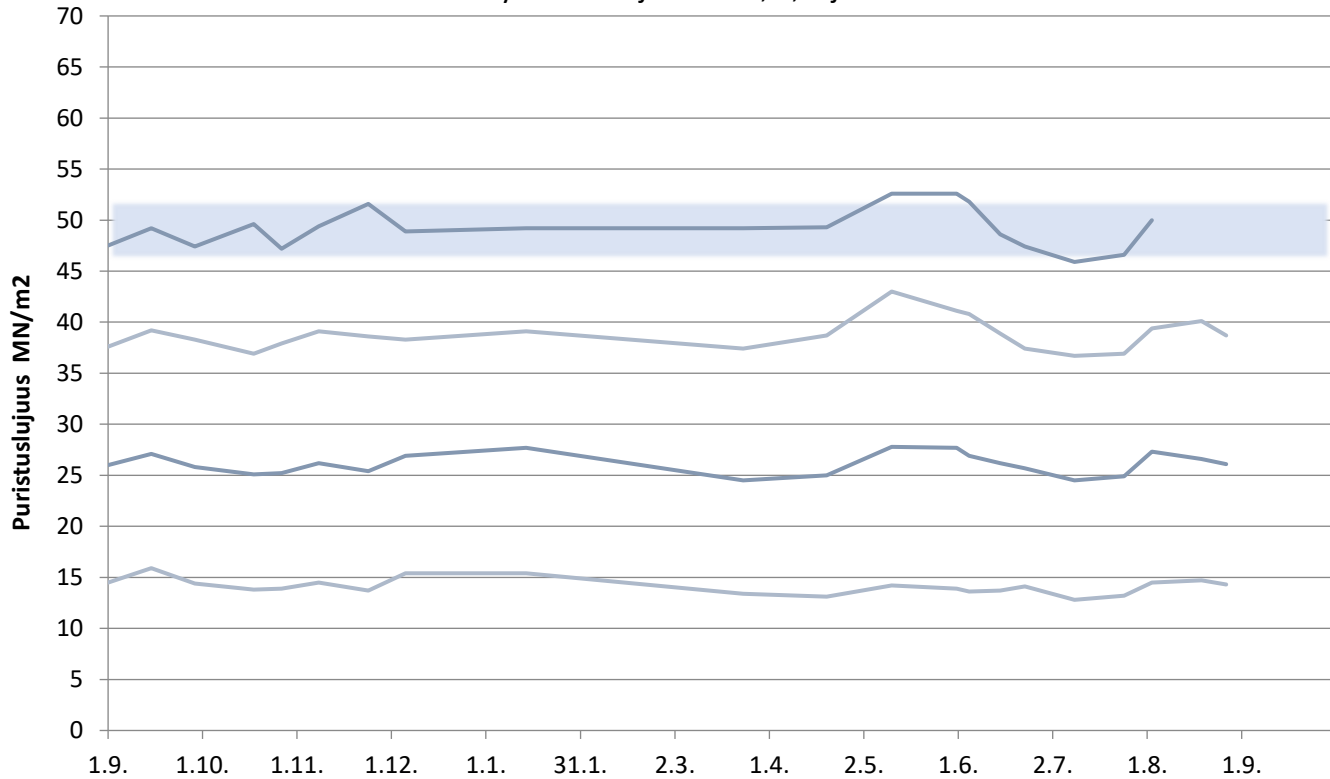


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

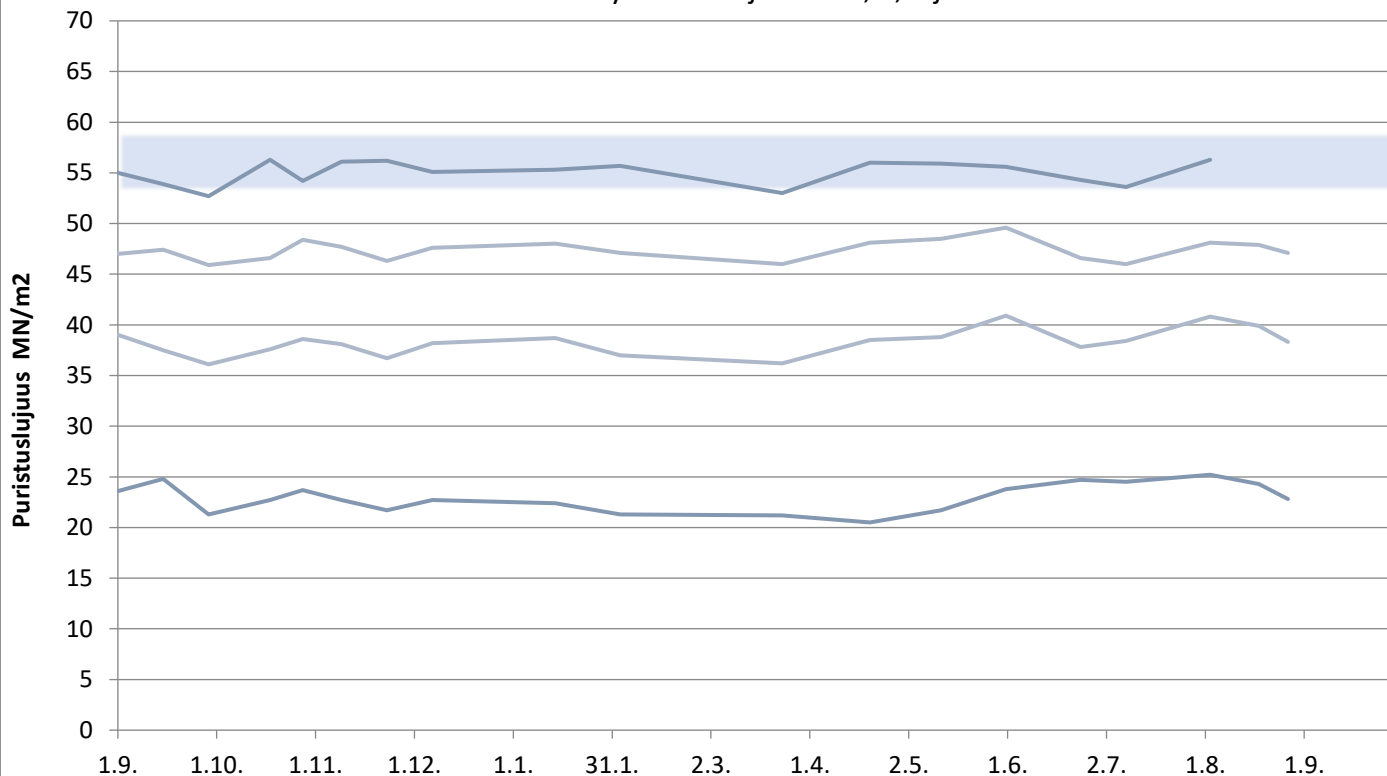


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

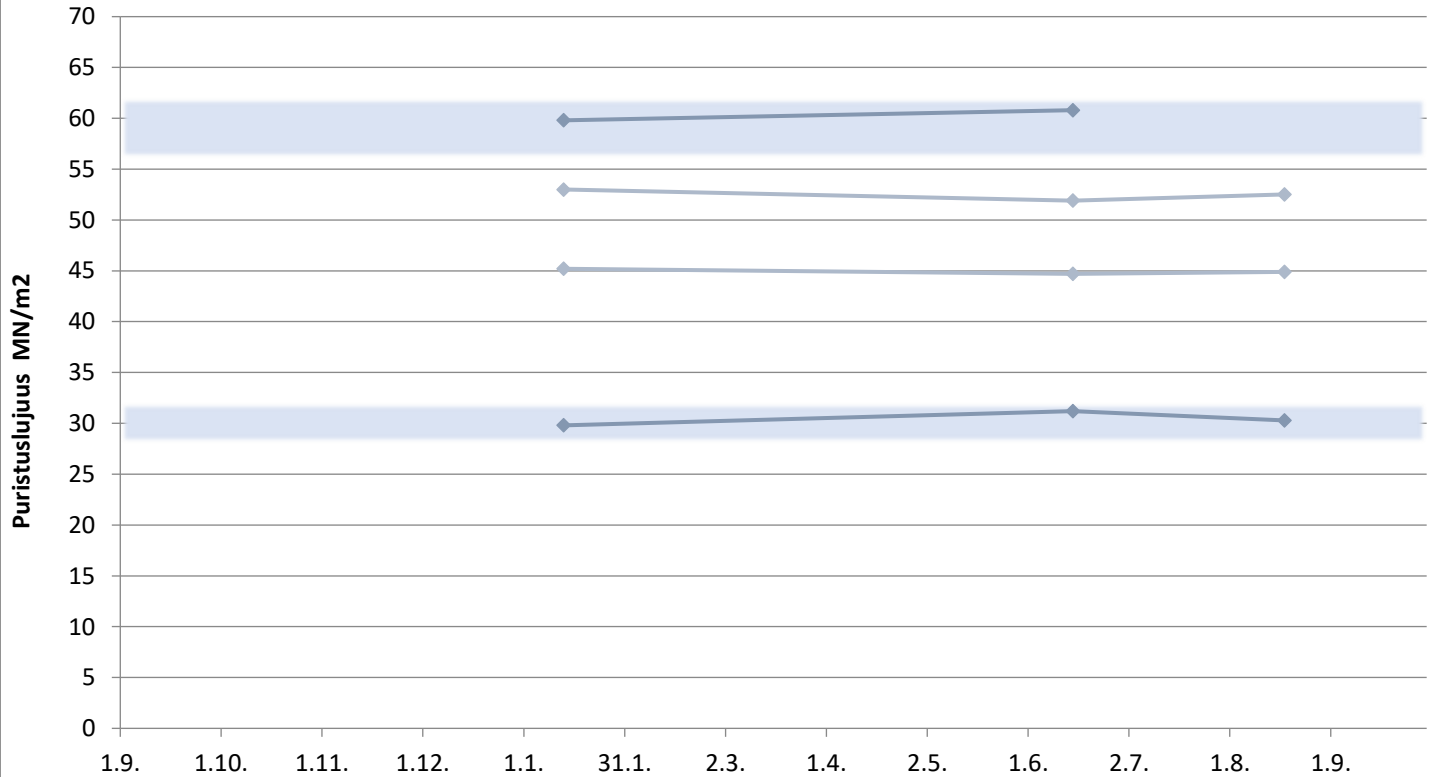

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

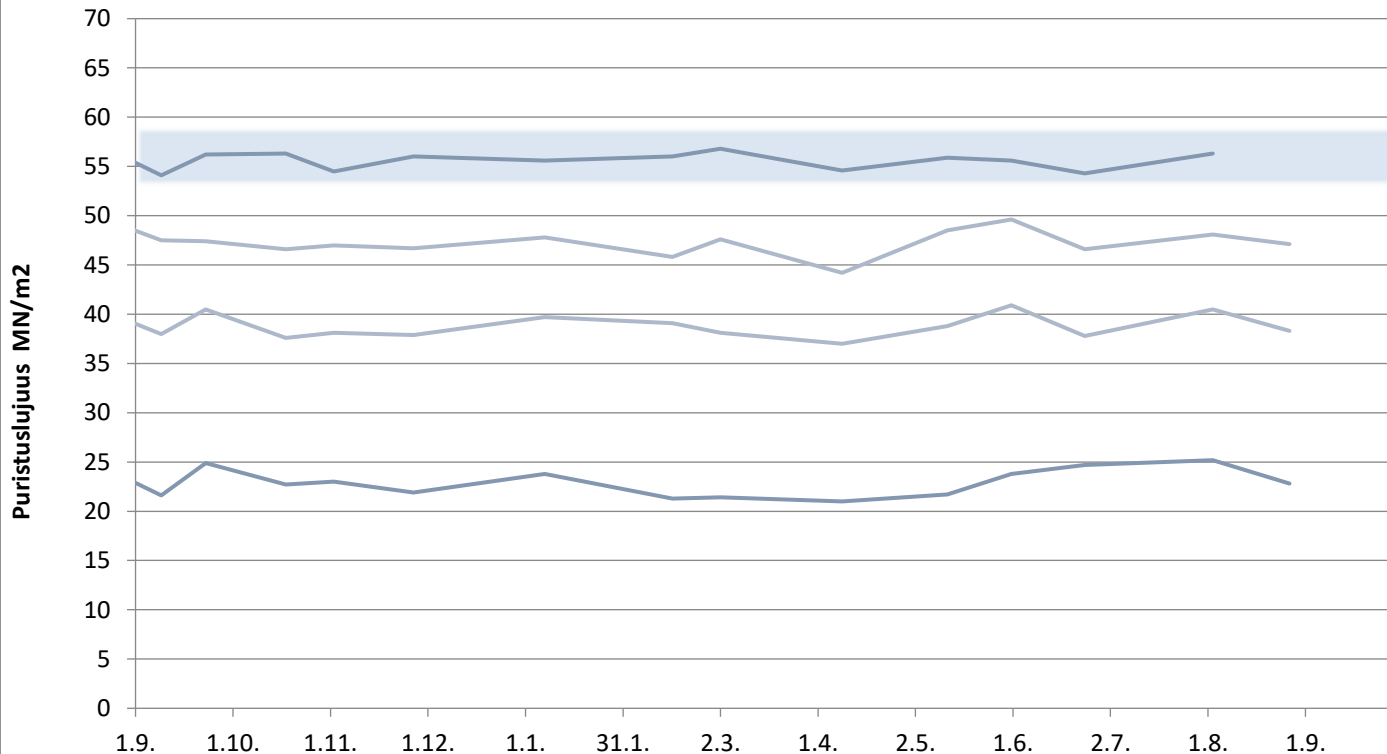

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

