

Laatuinformaatio vko 38

pvm:

18.9.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	07.09.	26	02.09.	39	12.08.	51				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	09.09.	26	07.09.	39	17.08.	50	450	35	10	15
	14.09.	26	09.09.	39	19.08.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	09.09.	24	02.09.	48	12.08.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	14.09.	24	07.09.	48	17.08.	56	470	33	8	0
	16.09.	24	09.09.	49	19.08.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	09.09.	31	07.09.	44	12.08.	62				
CEM I 52.5 R	14.09.	31	09.09.	45	17.08.	62	560	35	4	
	16.09.	31	14.09.	45	19.08.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	22.07.	25	22.07.	64	30.05.	70	400	82	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	07.09.	25	02.09.	40	12.08.	49				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	09.09.	25	07.09.	39	17.08.	51	450	34	18	6
	14.09.	26	09.09.	39	19.08.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	07.09.	22	02.09.	52	12.08.	60				
CEM II/A-LL 52.5 N	09.09.	22	07.09.	52	17.08.	60	490	32	8	0
	14.09.	22	09.09.	51	19.08.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	09.09.	30	07.09.	45	12.08.	67				
CEM I 52.5 R	14.09.	30	09.09.	44	17.08.	68	560	32	3	0
	16.09.	30	14.09.	43	19.08.	68				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	07.09.	28	02.09.	45	12.08.	52				
CEM I 42.5 N - SR3	09.09.	28	07.09.	44	17.08.	53	360	23	4	0
	14.09.	28	09.09.	44	19.08.	53				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
07.09.	372	31.08.	56 %	10.08.	83 %
10.09.	375	03.09.	55 %	13.08.	81 %
14.09.	379	07.09.	55 %	17.08.	85 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209


Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

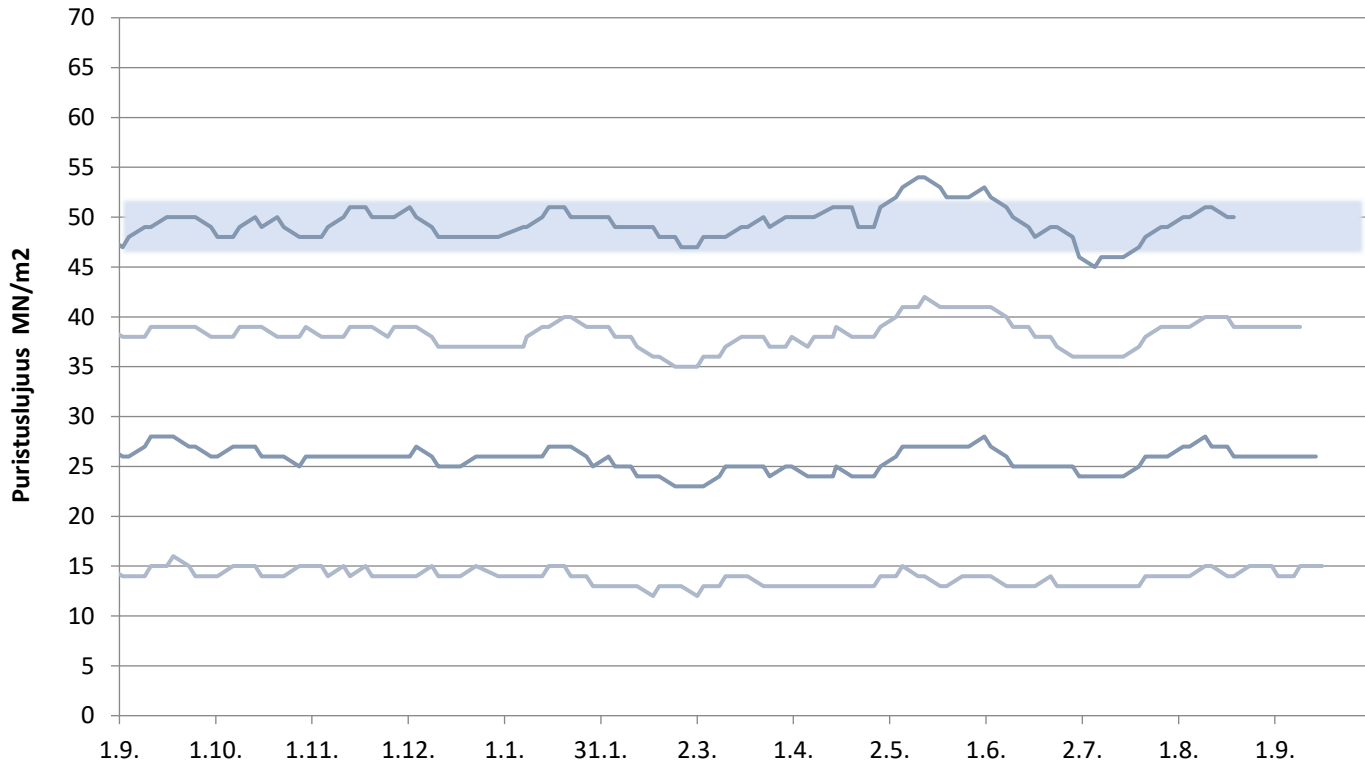

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

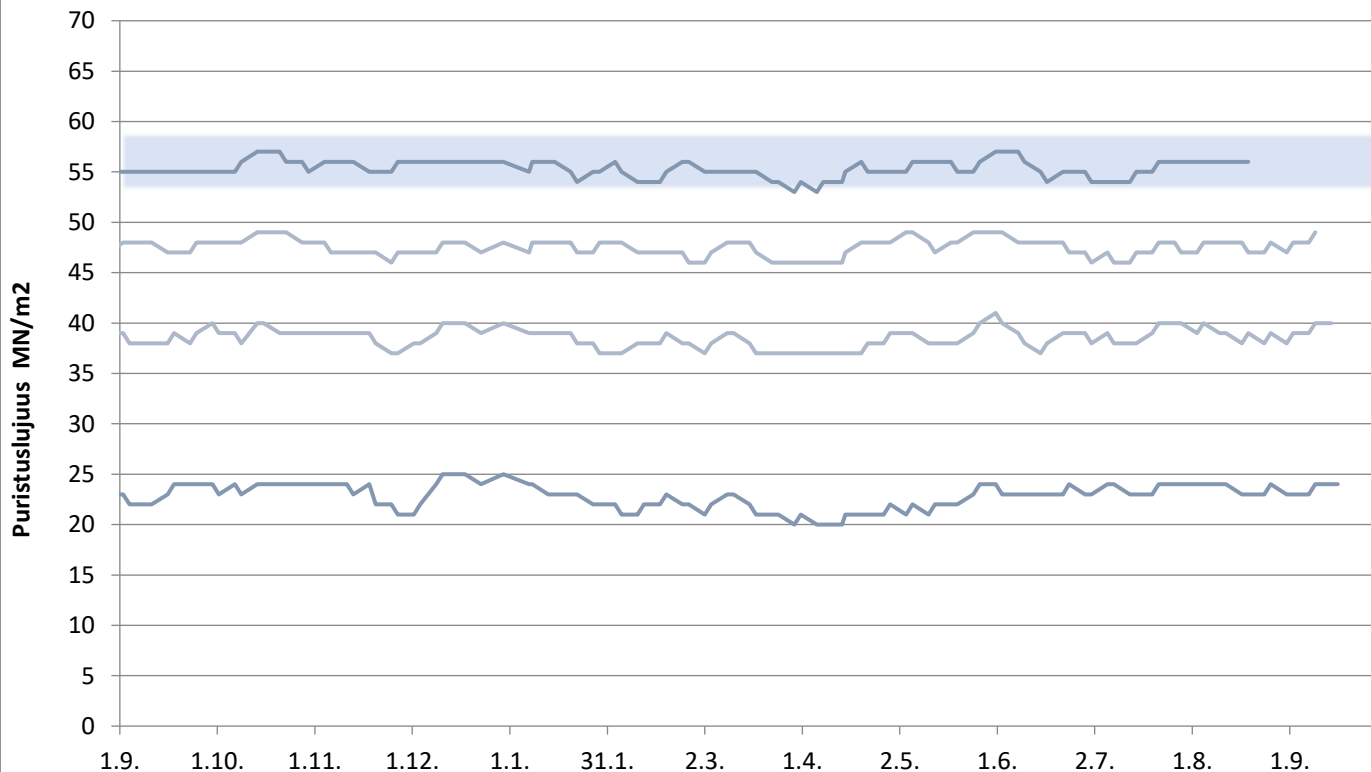


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 18.9.2020

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

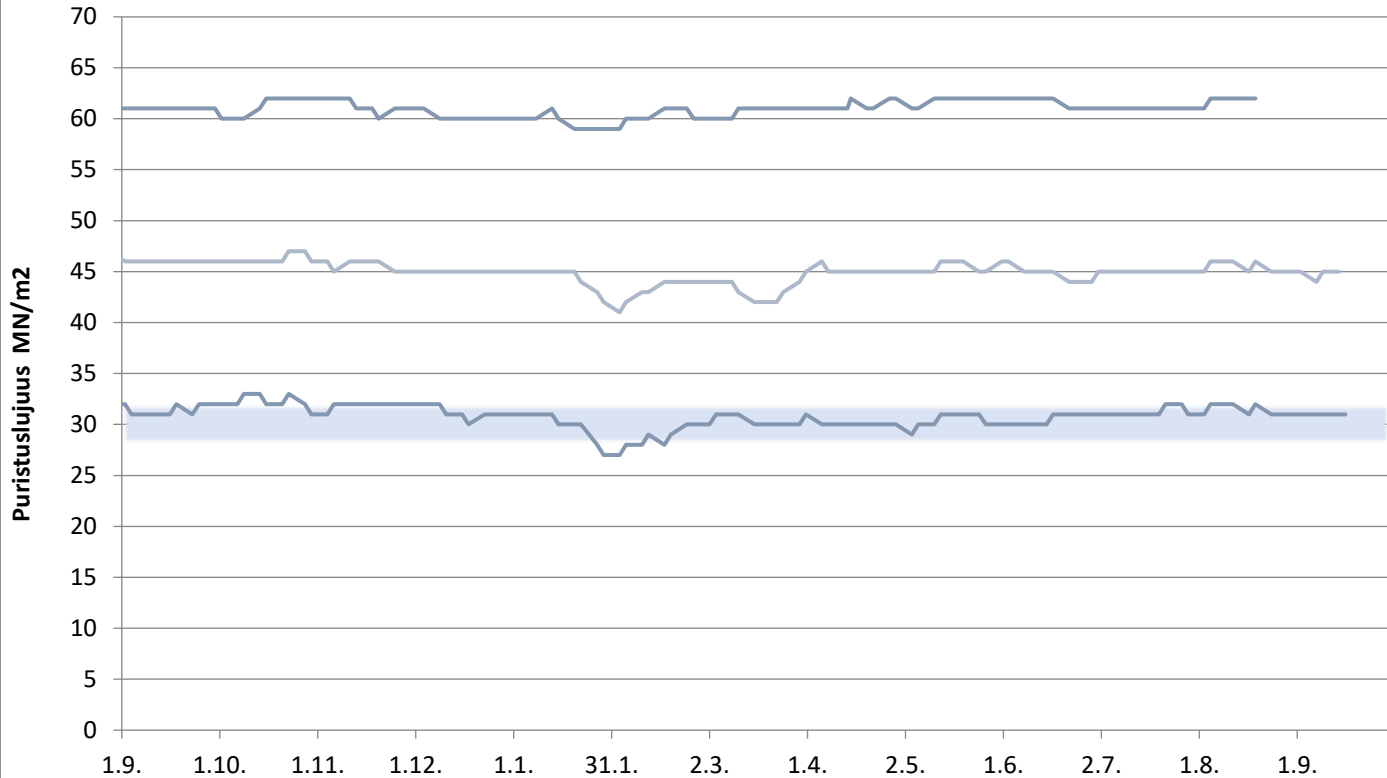


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 18.9.2020


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

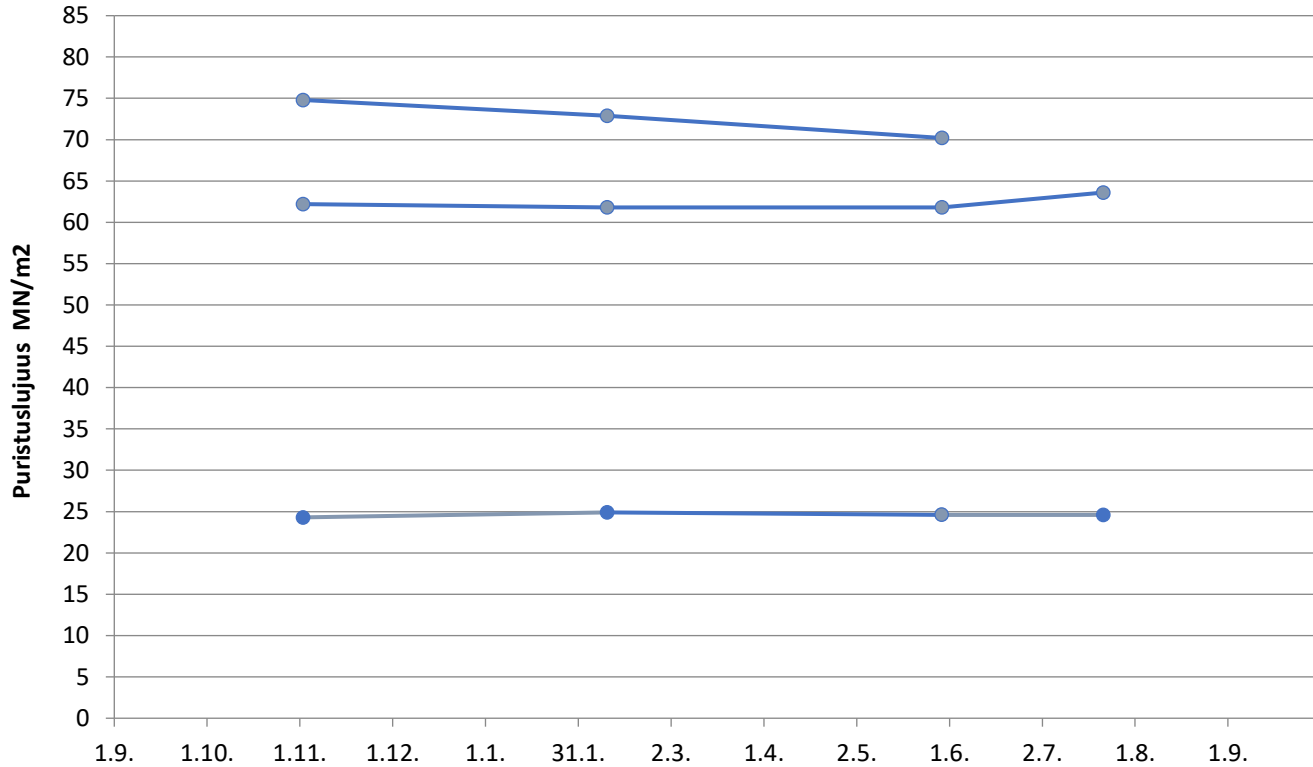


Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

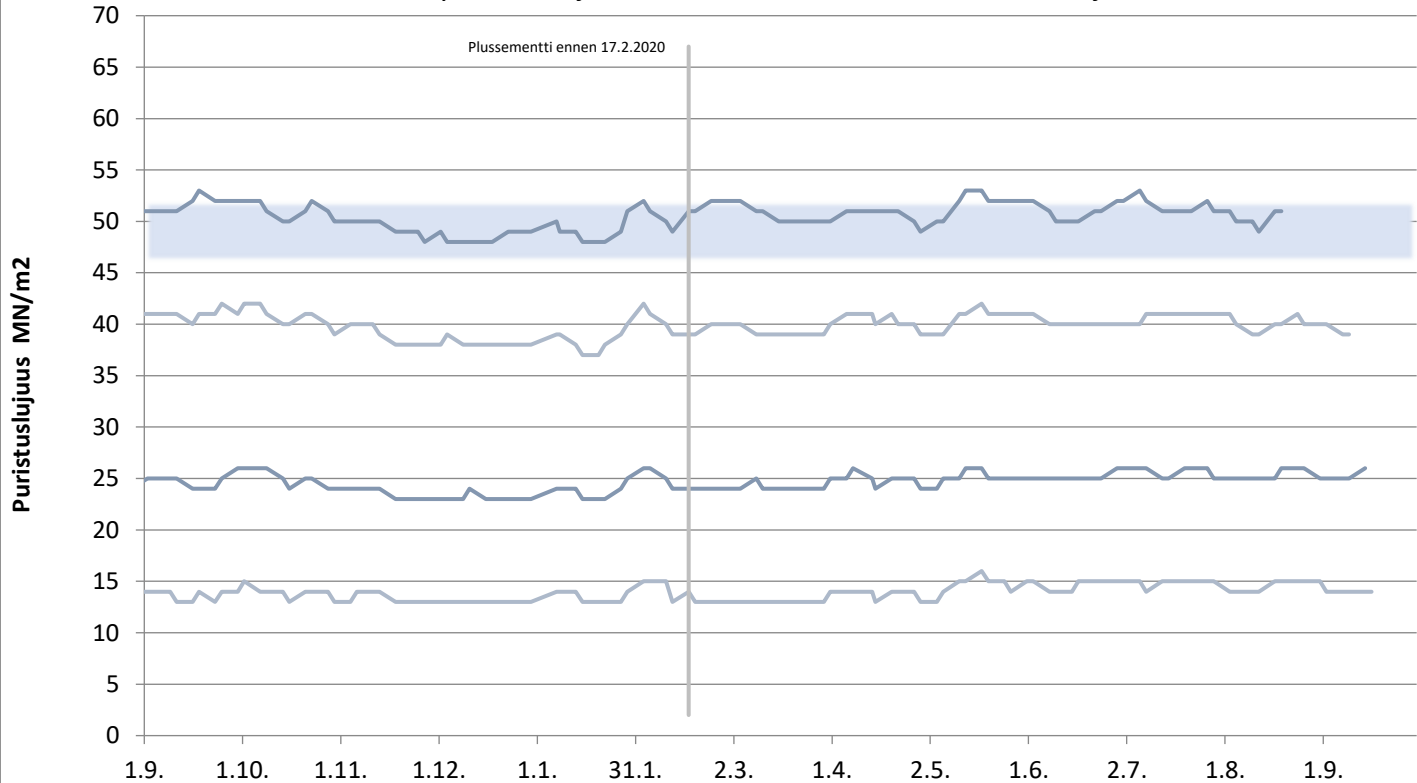

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

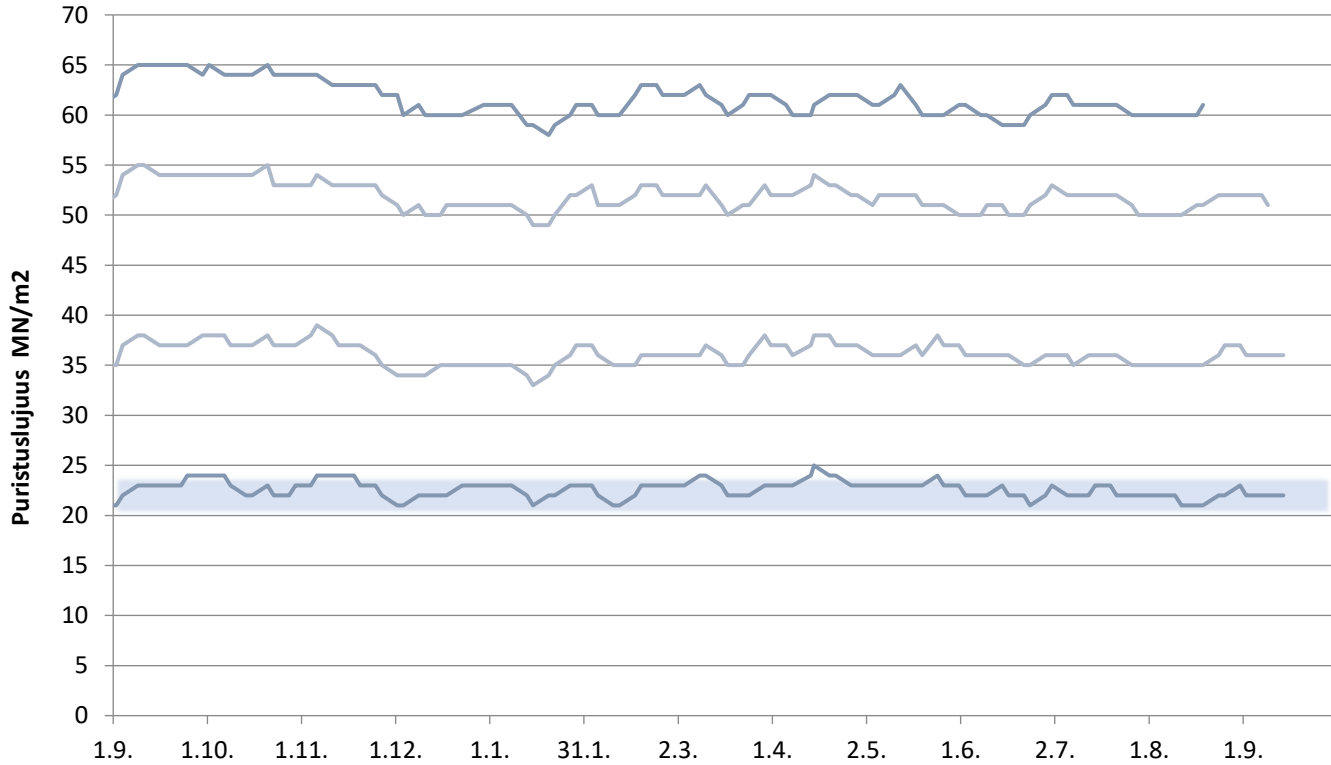


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 18.9.2020


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

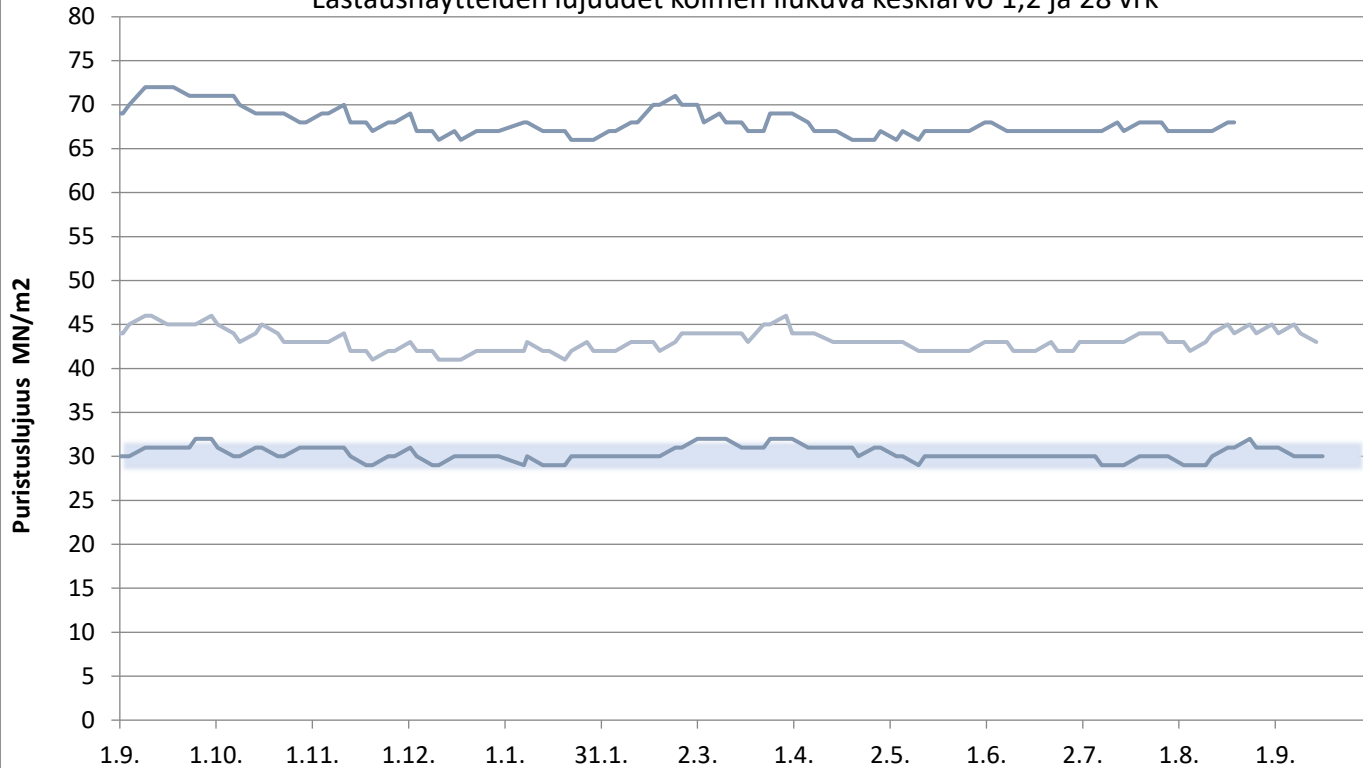

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

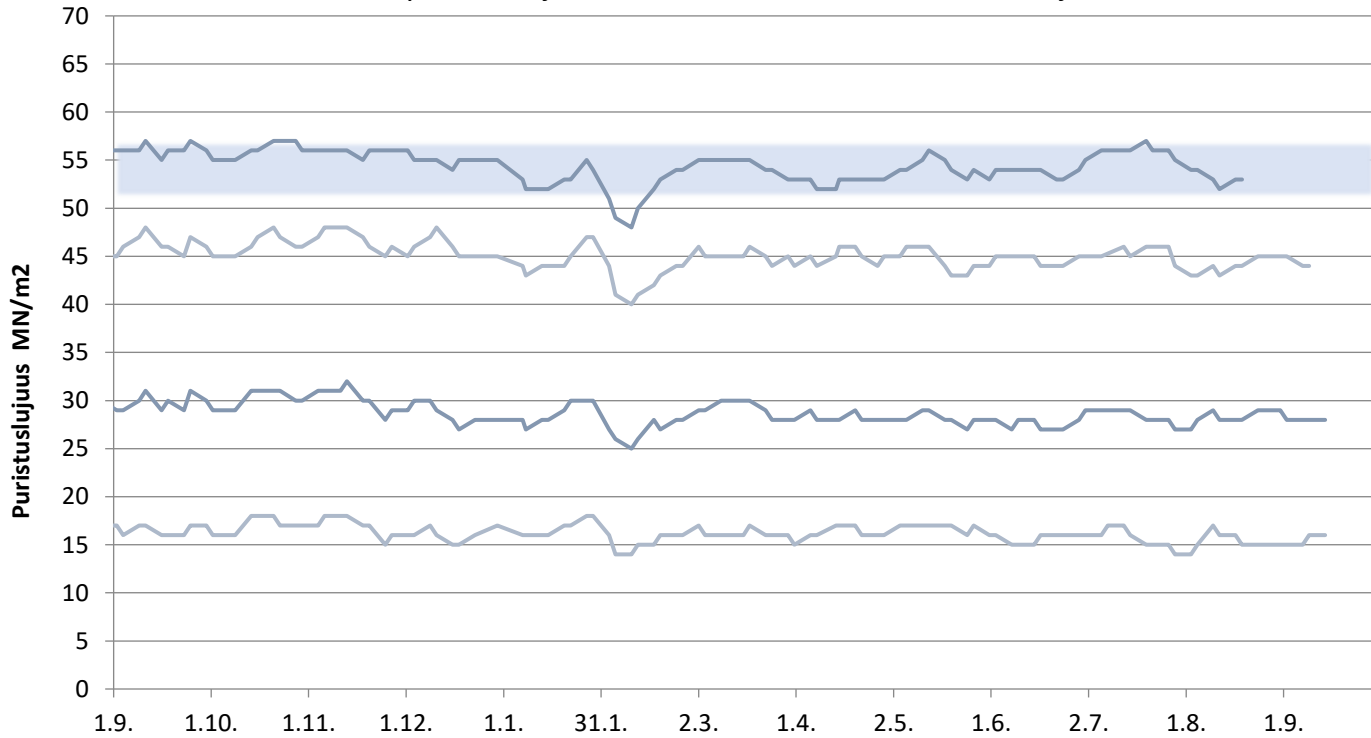


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 18.9.2020


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

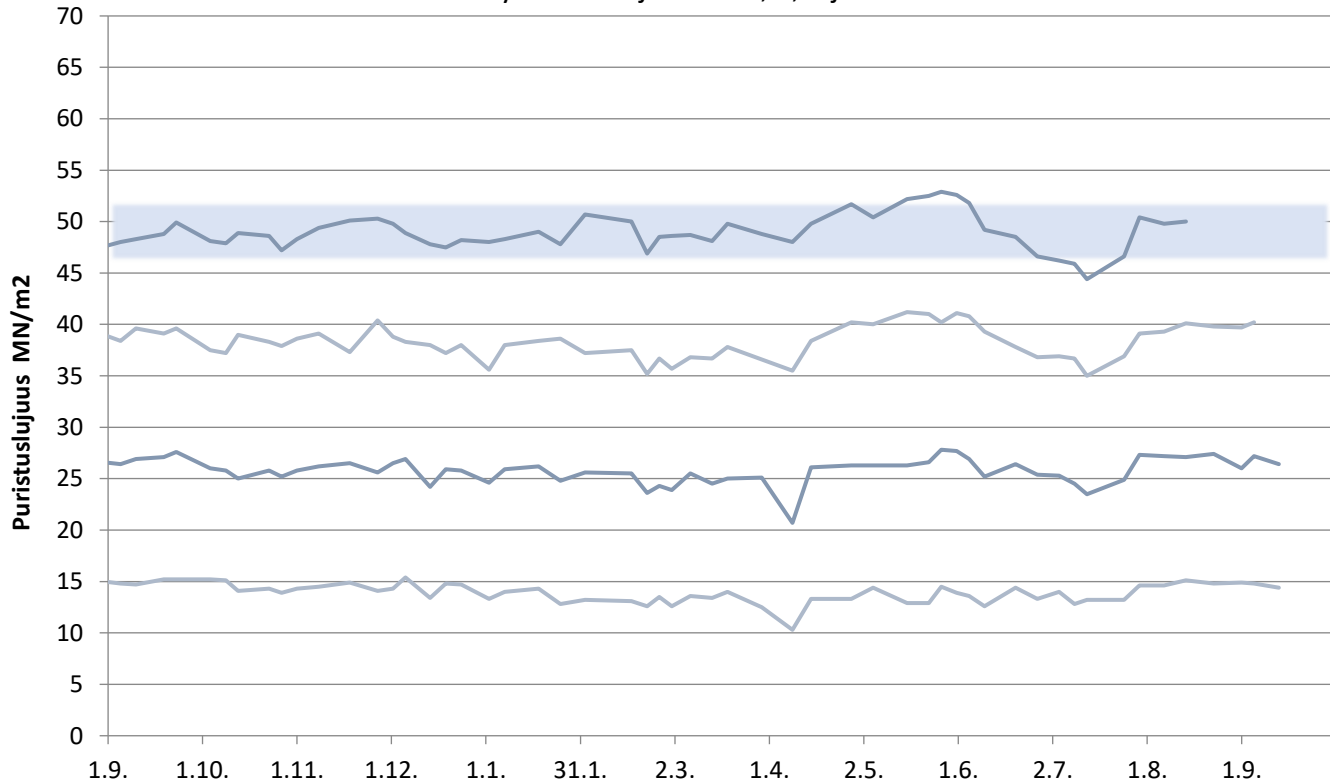


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

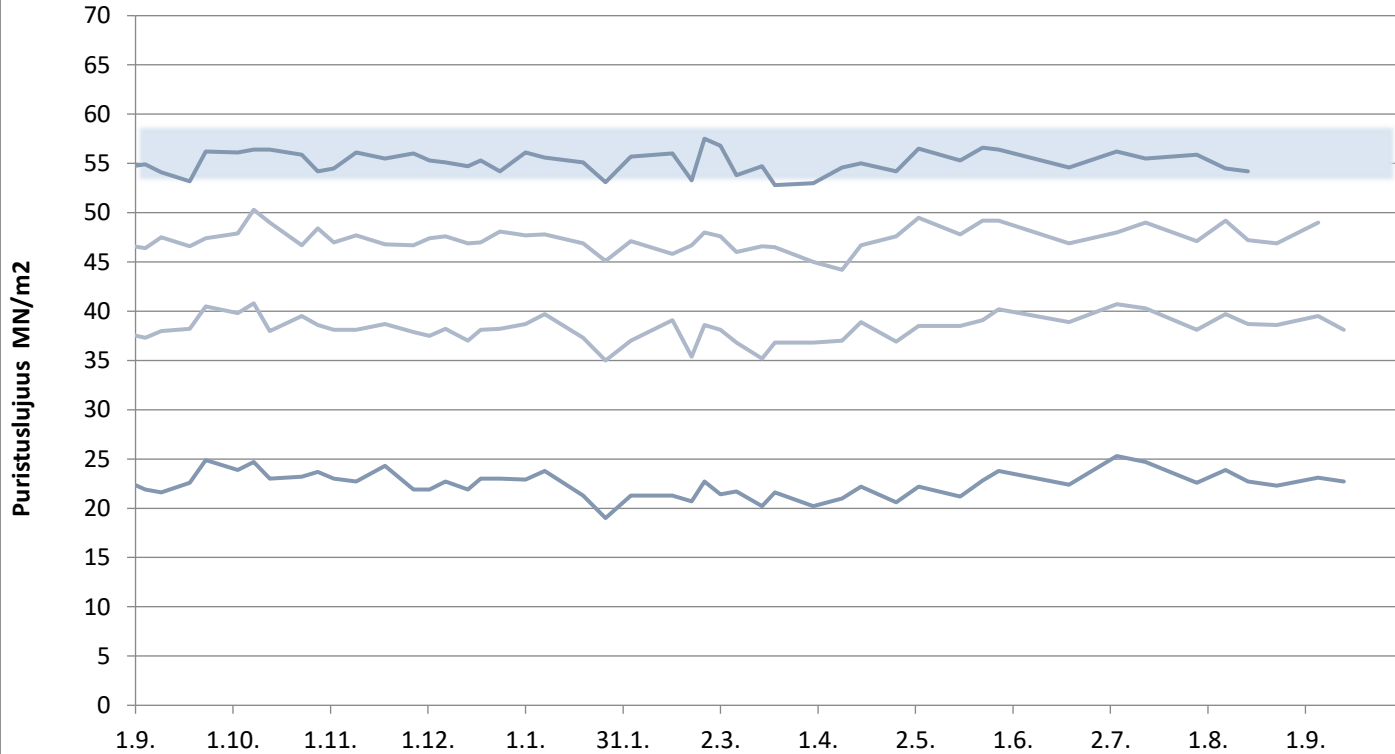


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

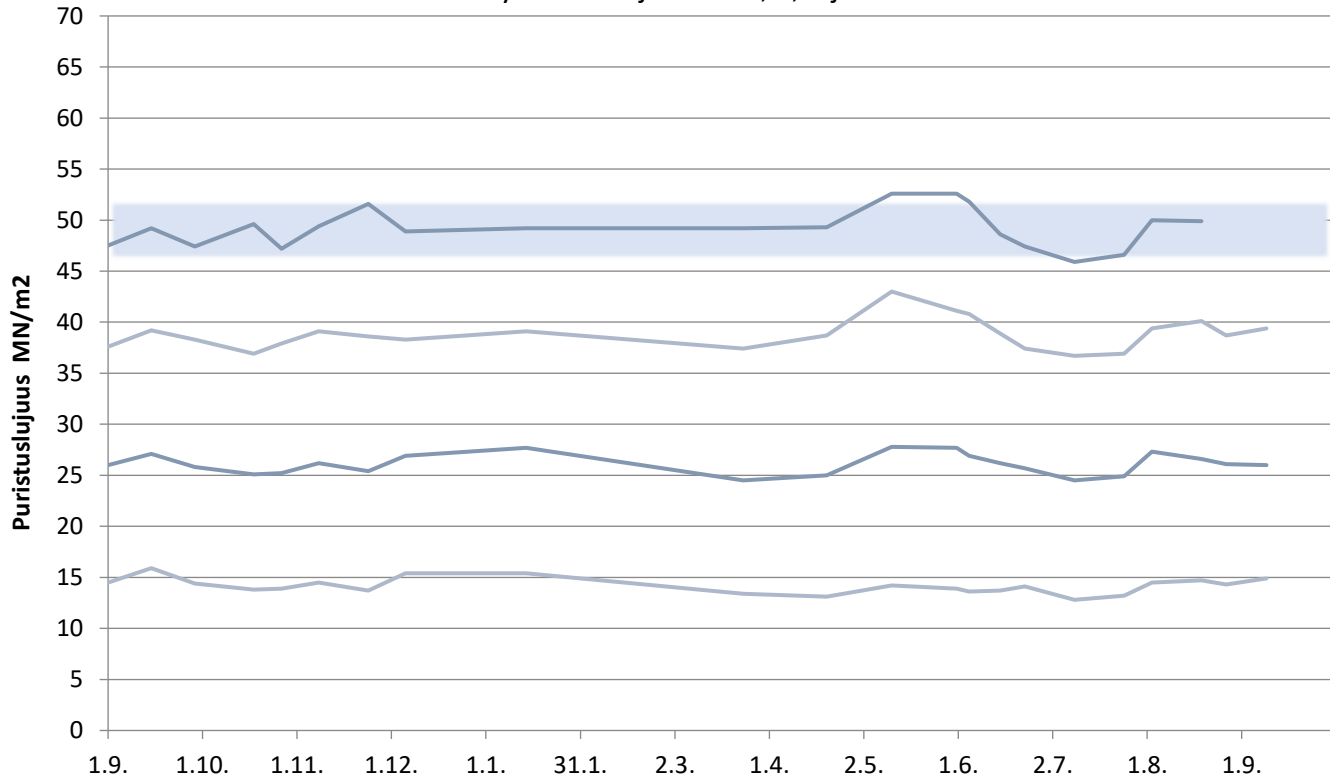

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

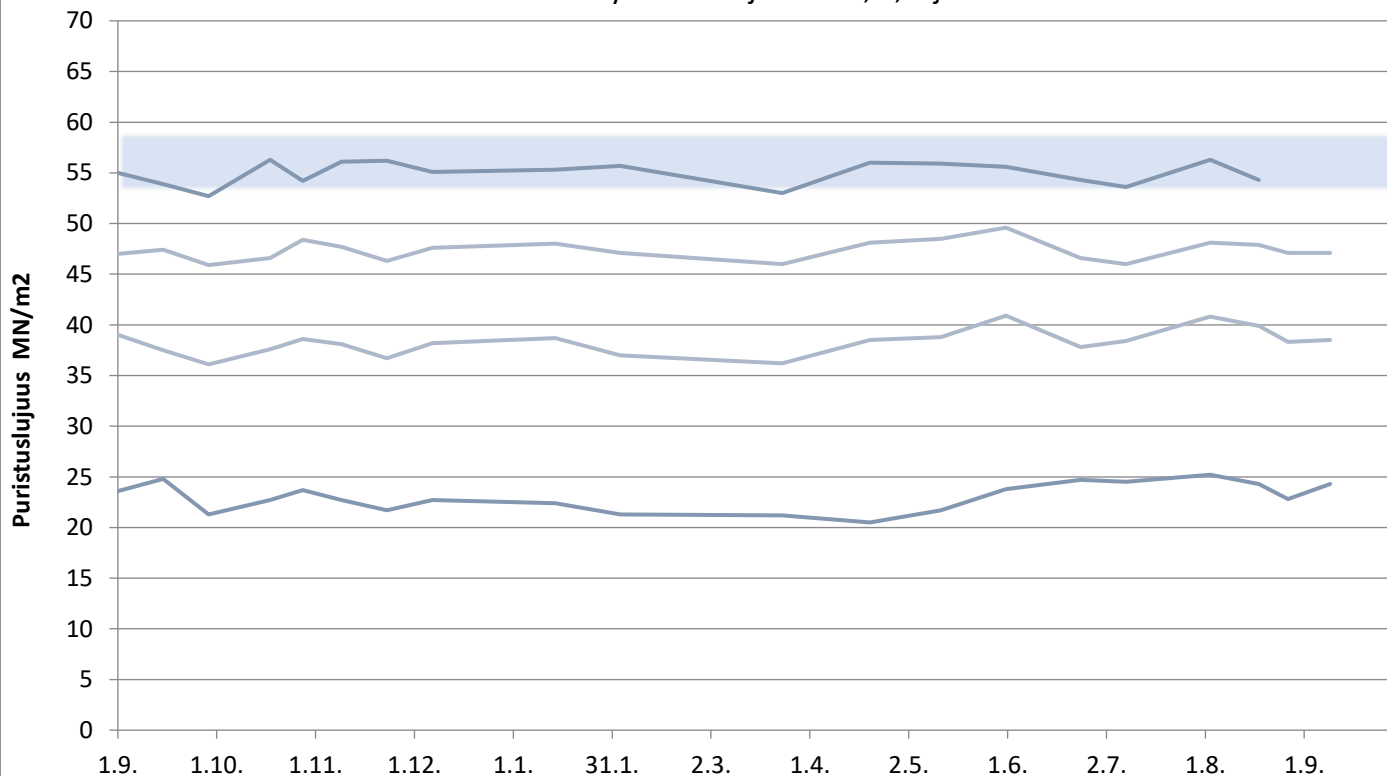


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 18.9.2020


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

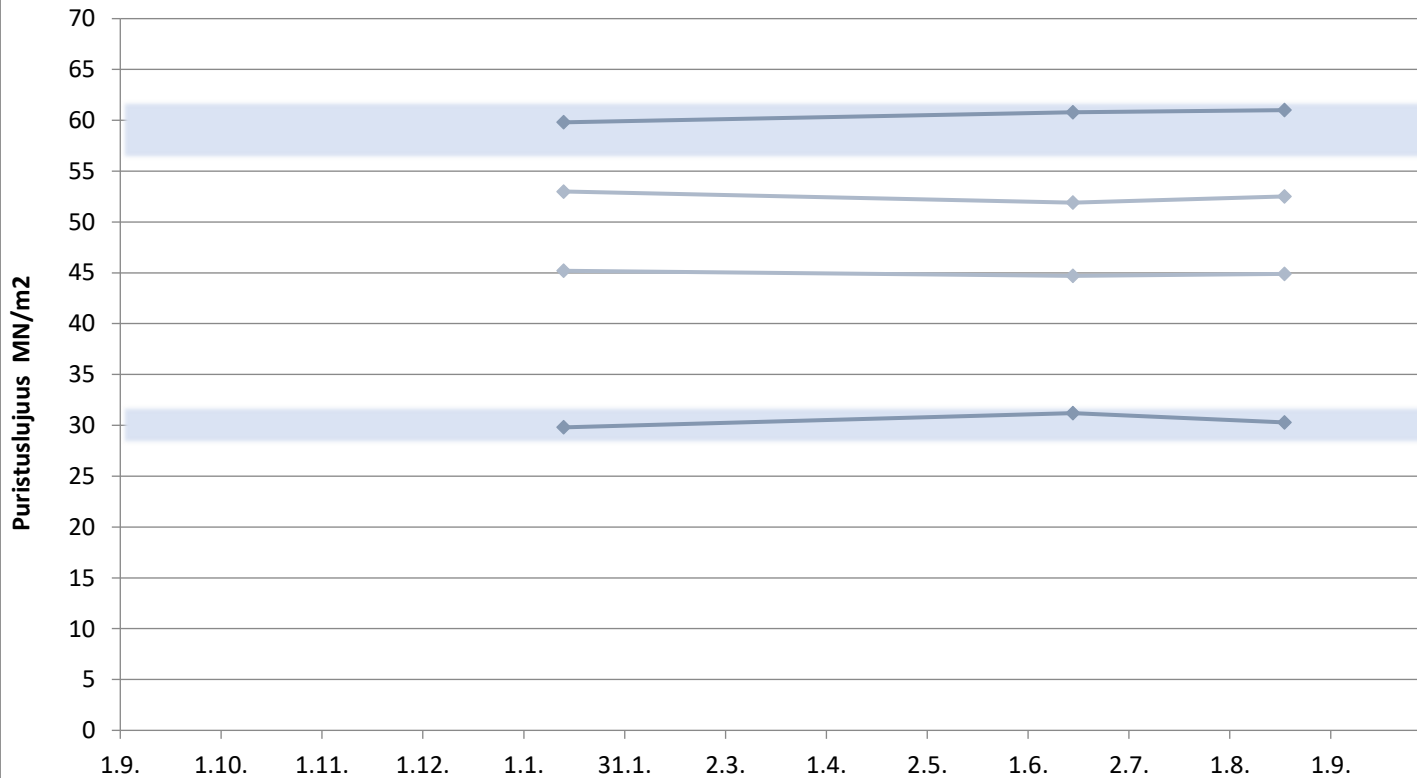

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

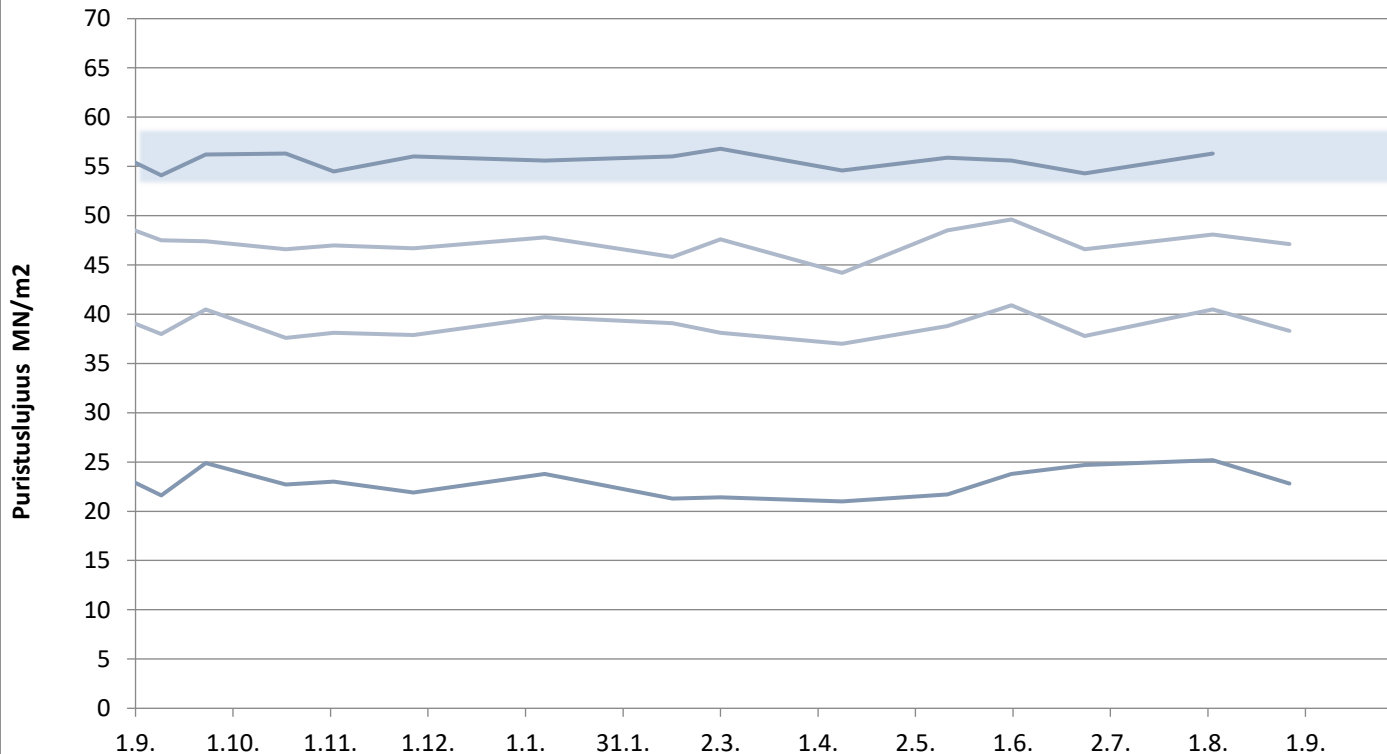

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

