

Laatuinformaatio vko 41

pvm:

9.10.2020

Lastaussiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	23.09.	27	23.09.	39	02.09.	50				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	28.09.	27	28.09.	38	07.09.	50	440	35	10	13
	30.09.	27	30.09.	38	09.09.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	30.09.	24	23.09.	47	02.09.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	05.10.	23	28.09.	47	07.09.	56	460	33	8	0
	07.10.	22	30.09.	47	09.09.	57				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	30.09.	31	23.09.	46	02.09.	62				
CEM I 52.5 R	05.10.	31	28.09.	46	07.09.	61	550	35	4	
	07.10.	31	30.09.	46	09.09.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	22.07.	25	22.07.	64	22.07.	73	400	82	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	28.09.	25	23.09.	39	02.09.	49				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	30.09.	26	28.09.	39	07.09.	49	450	34	18	6
	05.10.	26	30.09.	41	09.09.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	28.09.	23	21.09.	51	02.09.	60				
CEM II/A-LL 52.5 N	30.09.	23	23.09.	51	07.09.	60	500	32	8	0
	05.10.	23	28.09.	51	09.09.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	30.09.	29	28.09.	44	02.09.	68				
CEM I 52.5 R	05.10.	30	30.09.	42	07.09.	67	570	32	3	0
	07.10.	30	05.10.	43	09.09.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	28.09.	29	23.09.	44	02.09.	53				
CEM I 42.5 N - SR3	30.09.	29	28.09.	45	07.09.	52	370	23	4	0
	05.10.	29	30.09.	46	09.09.	53				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
28.09.	359	17.09.	54 %	31.08.	84 %
01.10.	356	21.09.	54 %	03.09.	83 %
05.10.	355	24.09.	54 %	07.09.	83 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruukonen 0201 206 209


Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

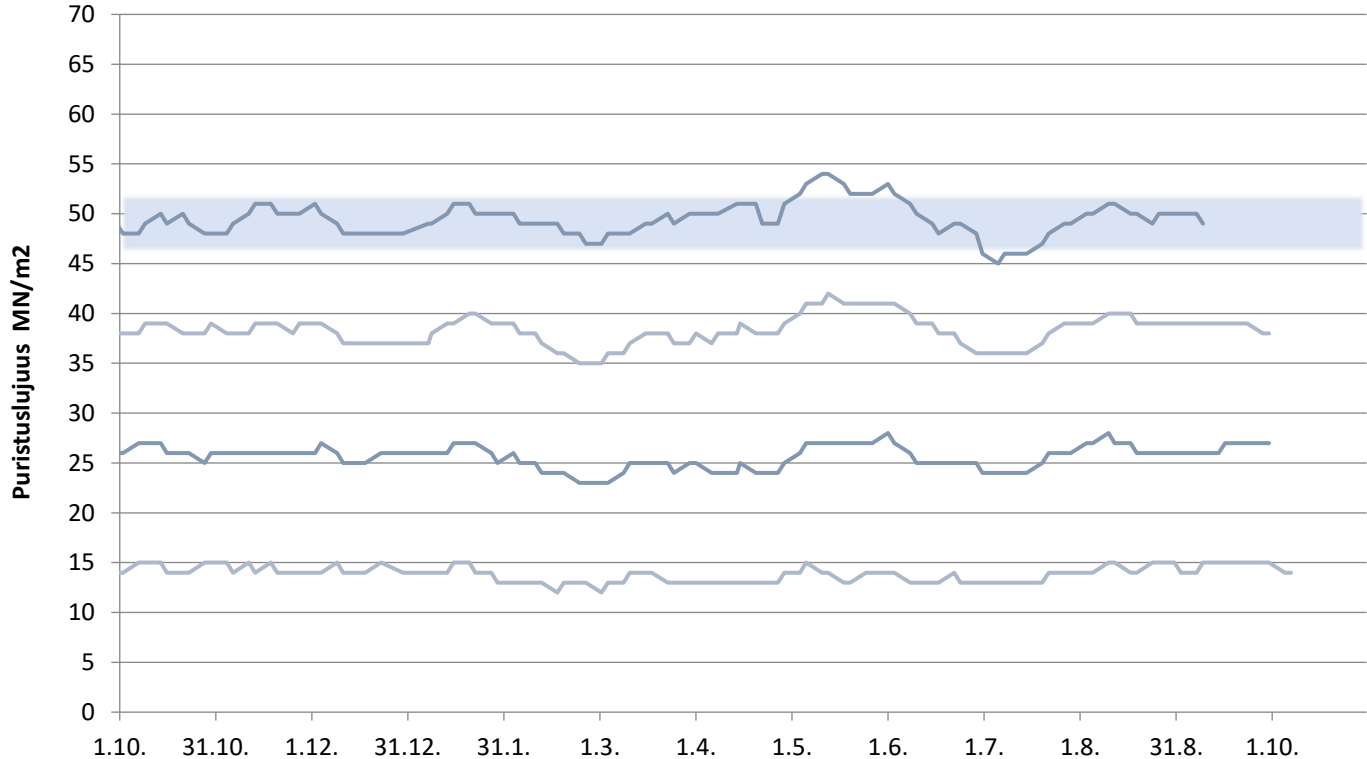

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

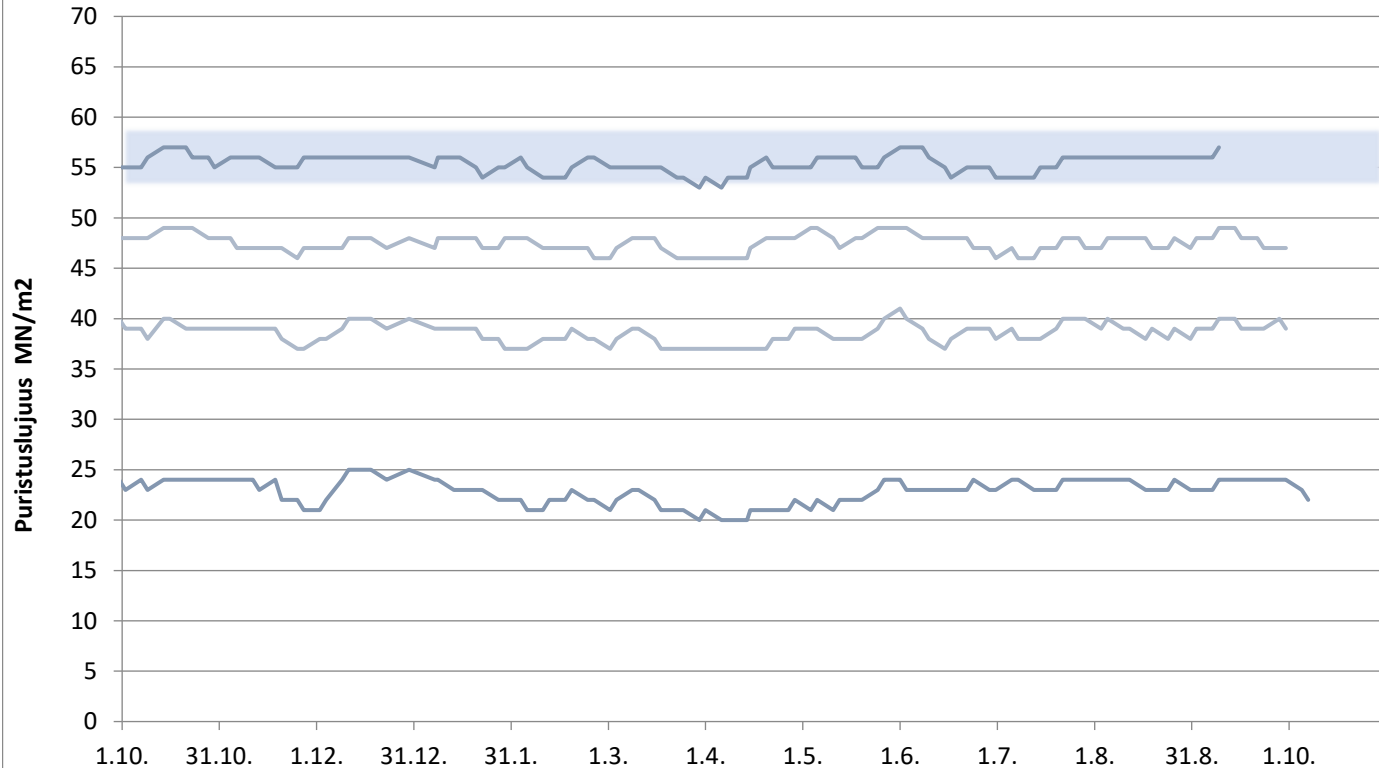


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

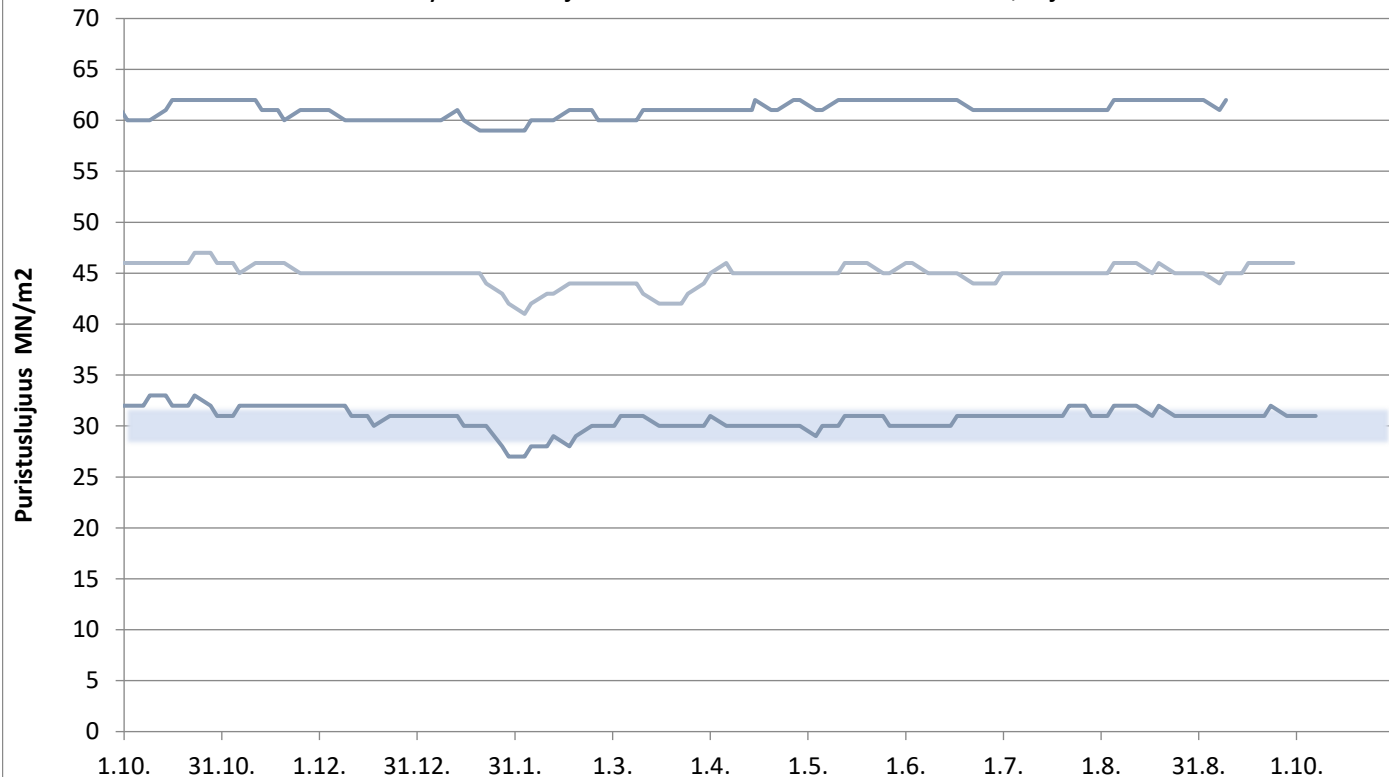


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

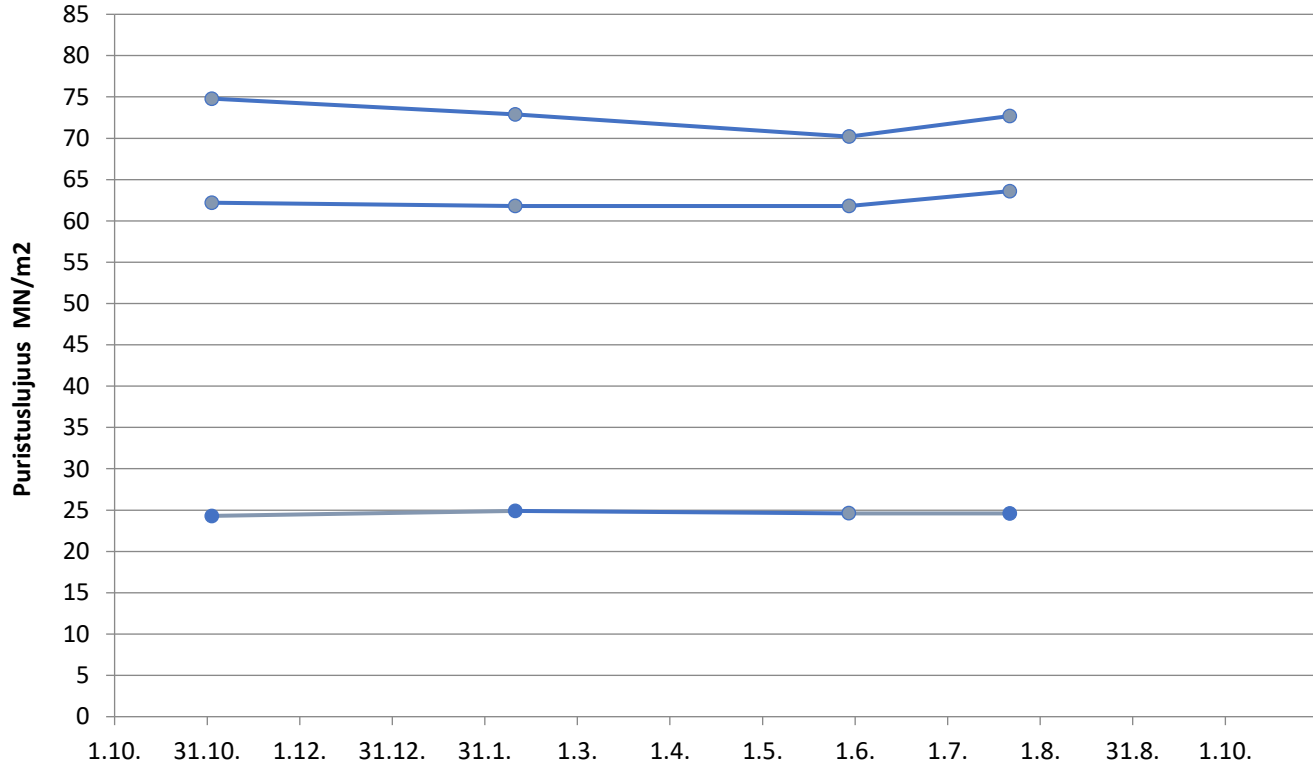


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

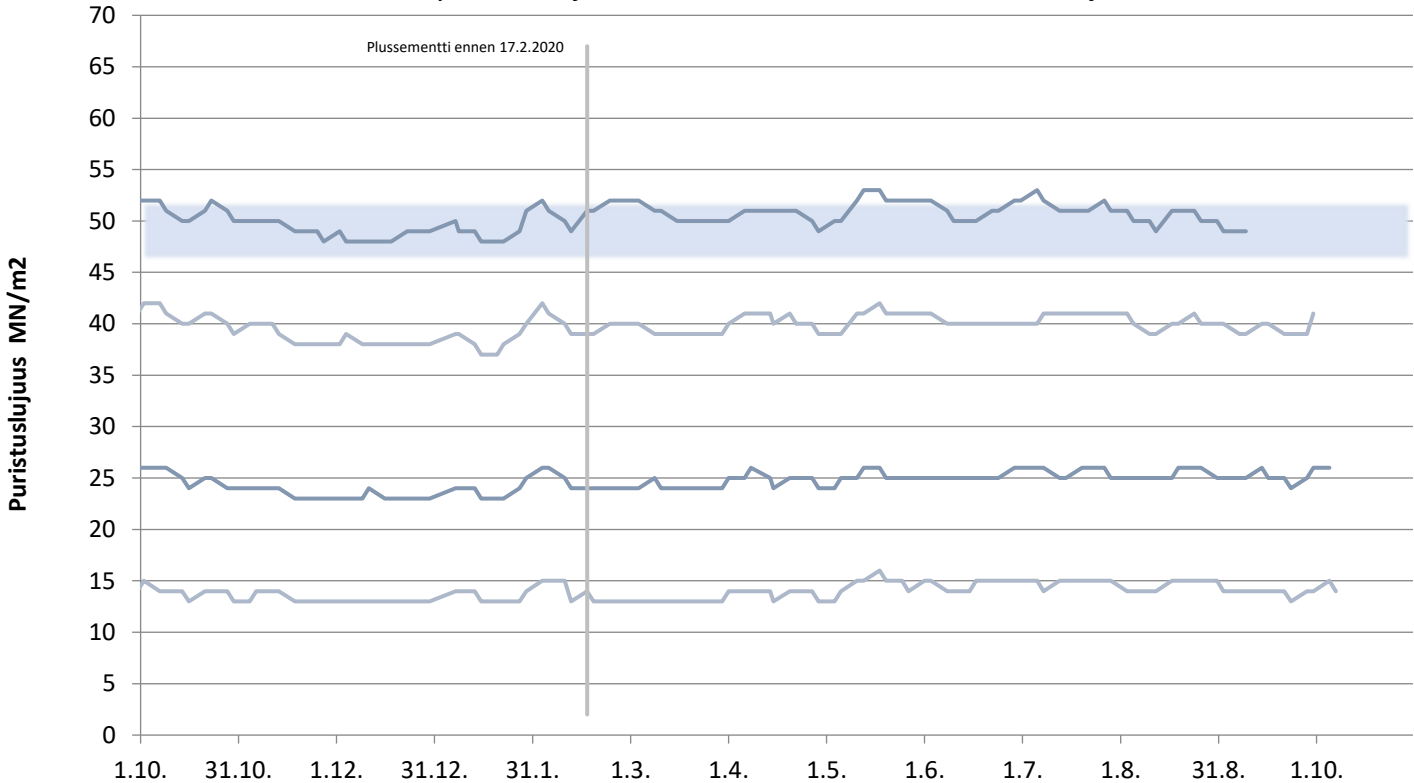


päivitetty 9.10.2020

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

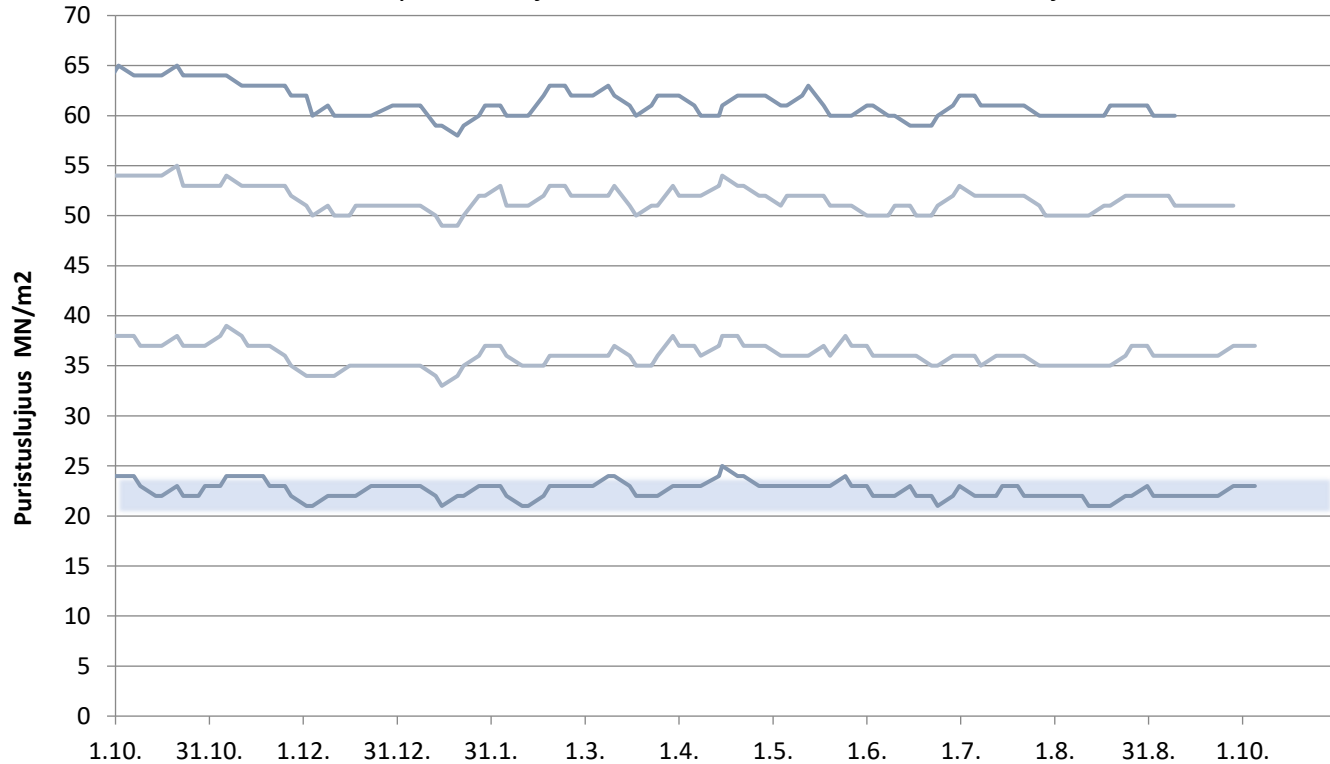


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

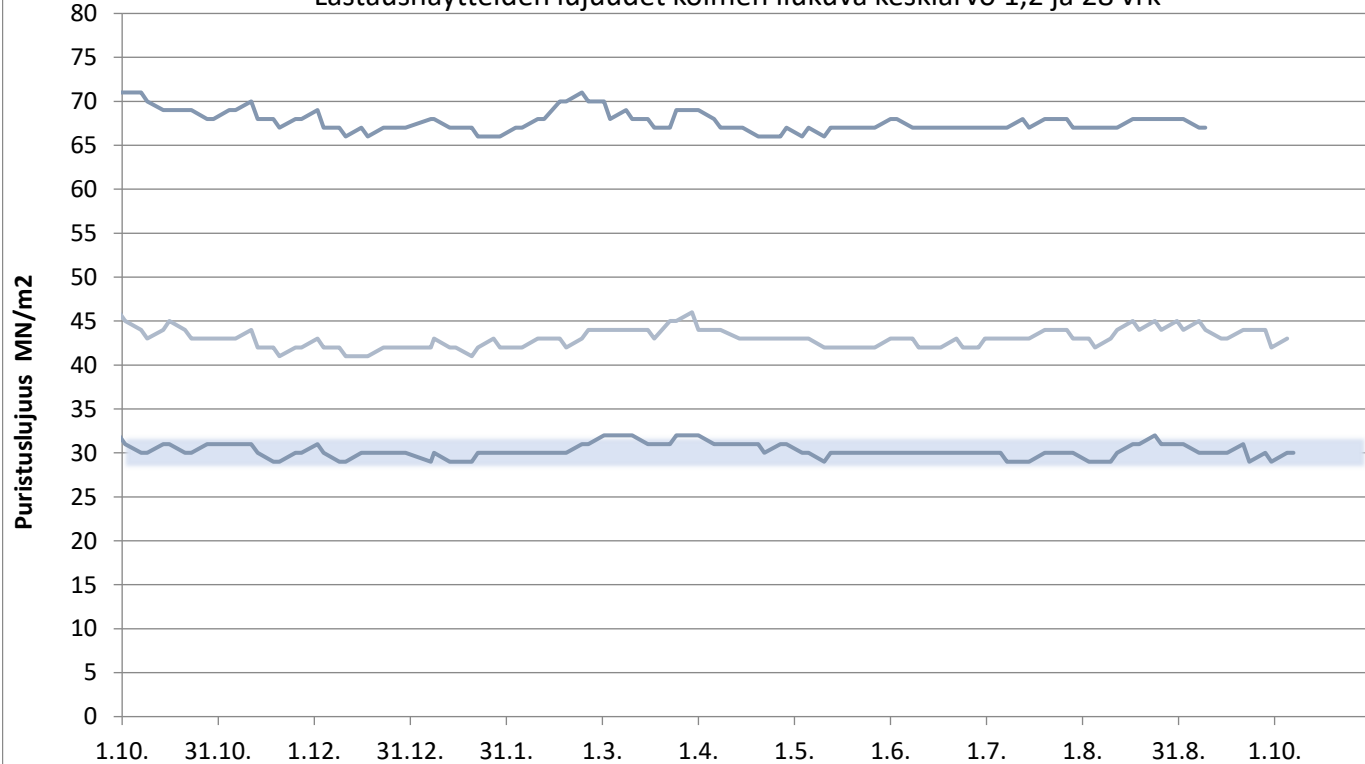

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

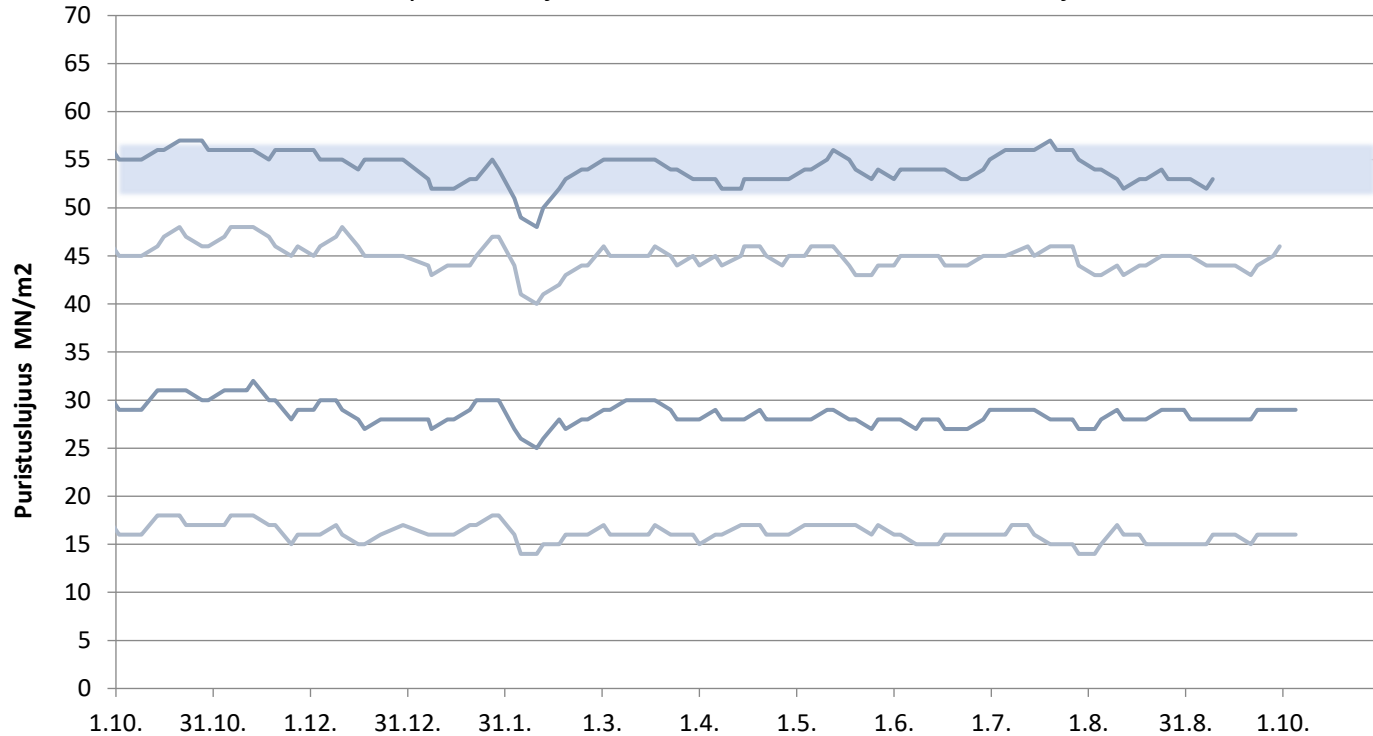


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

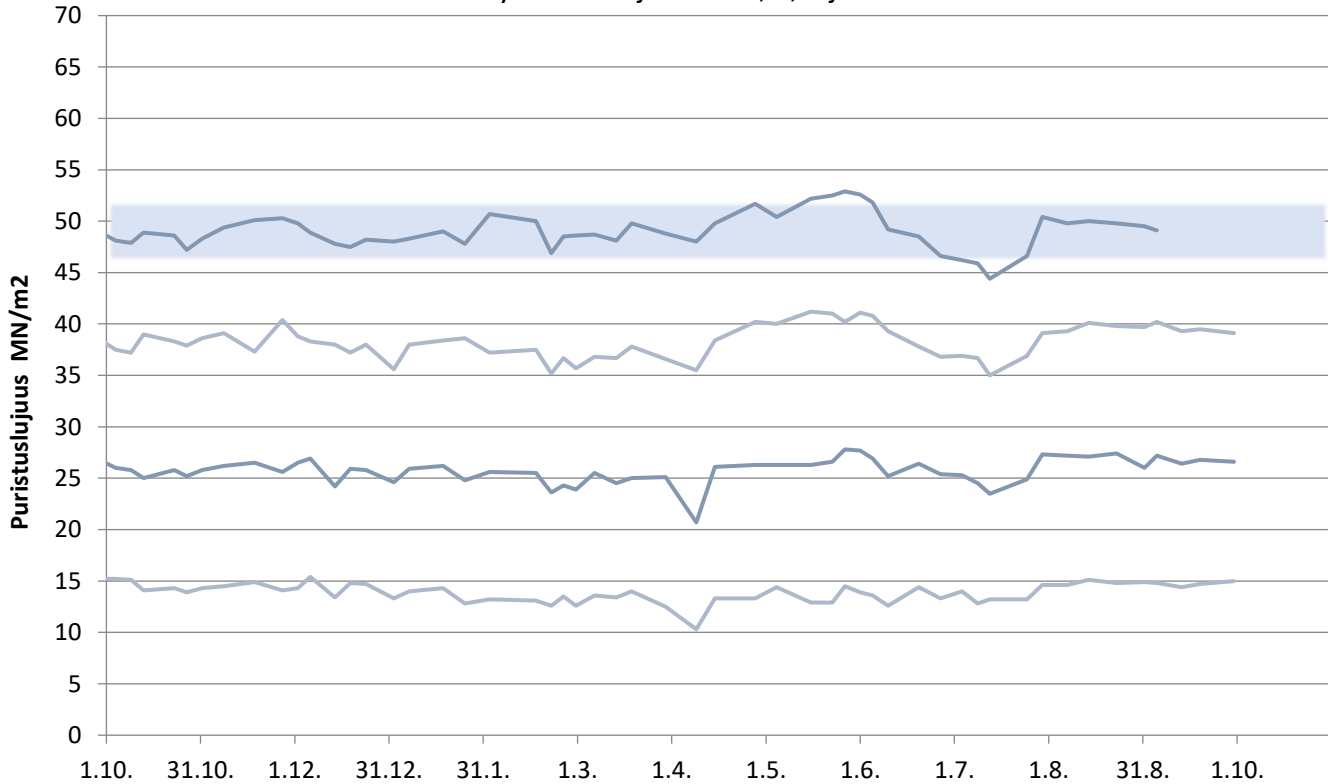


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

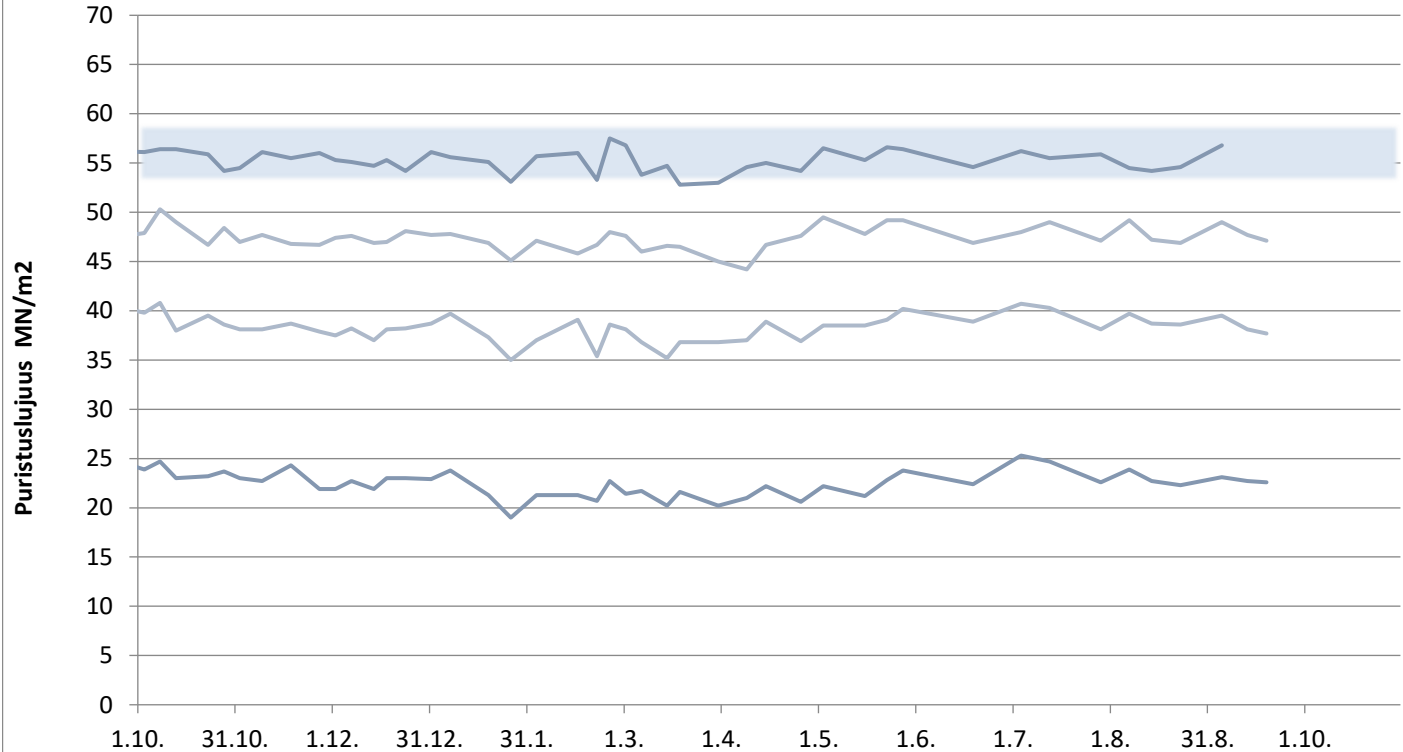

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

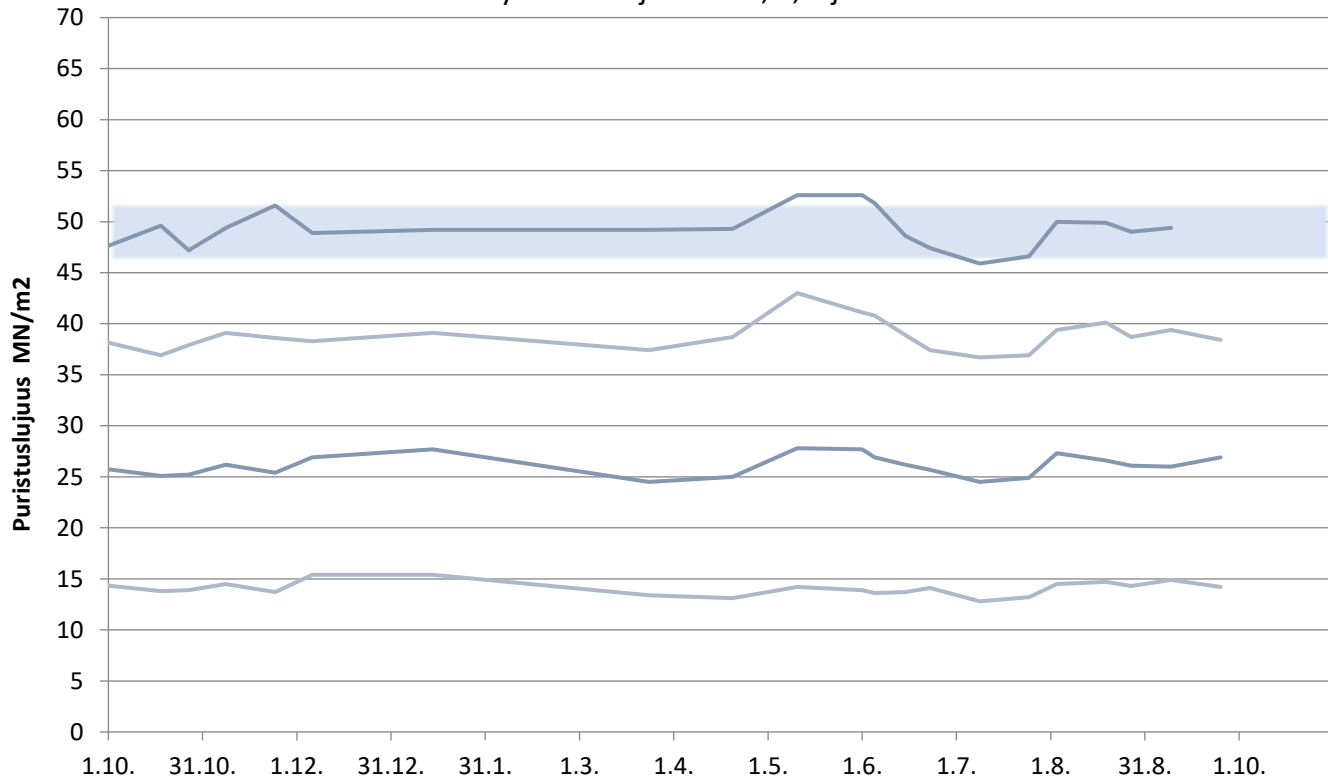


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

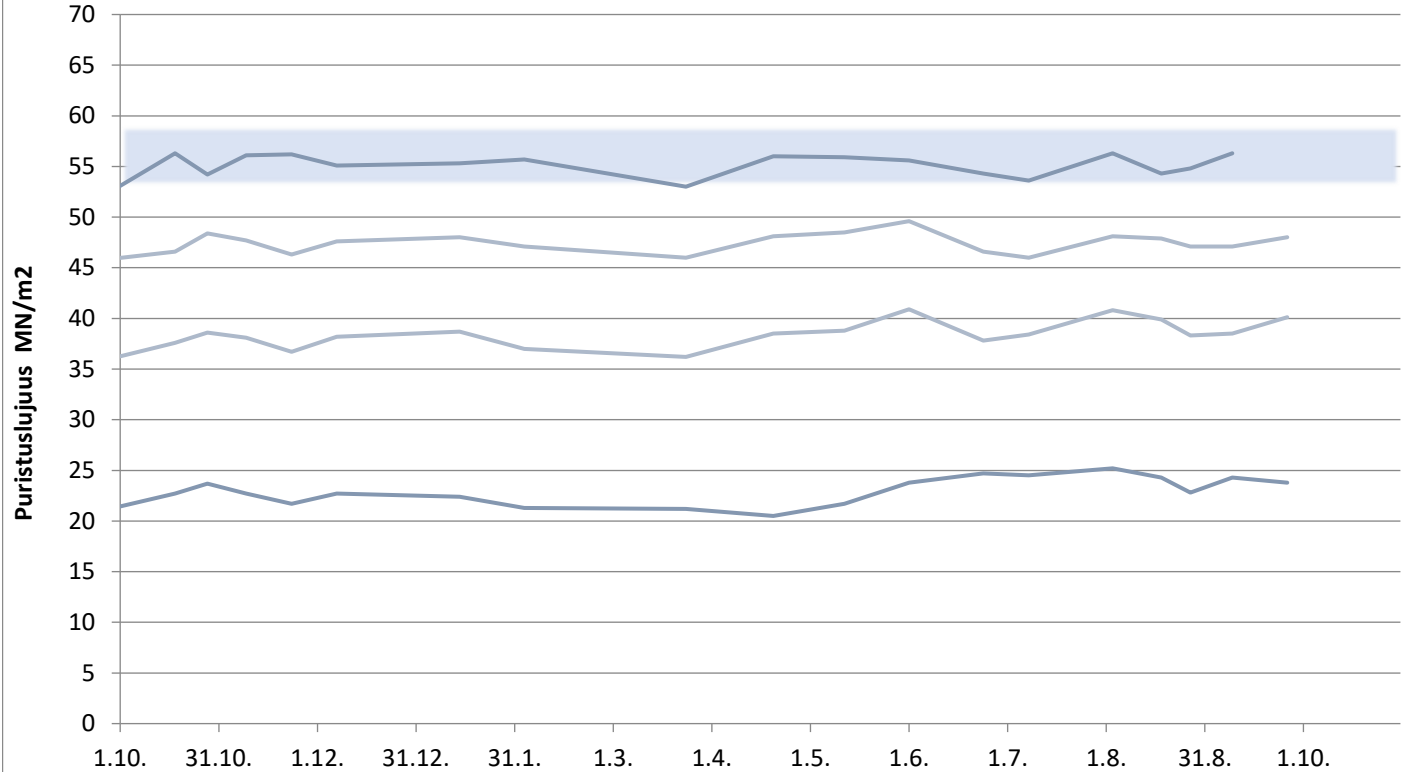


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

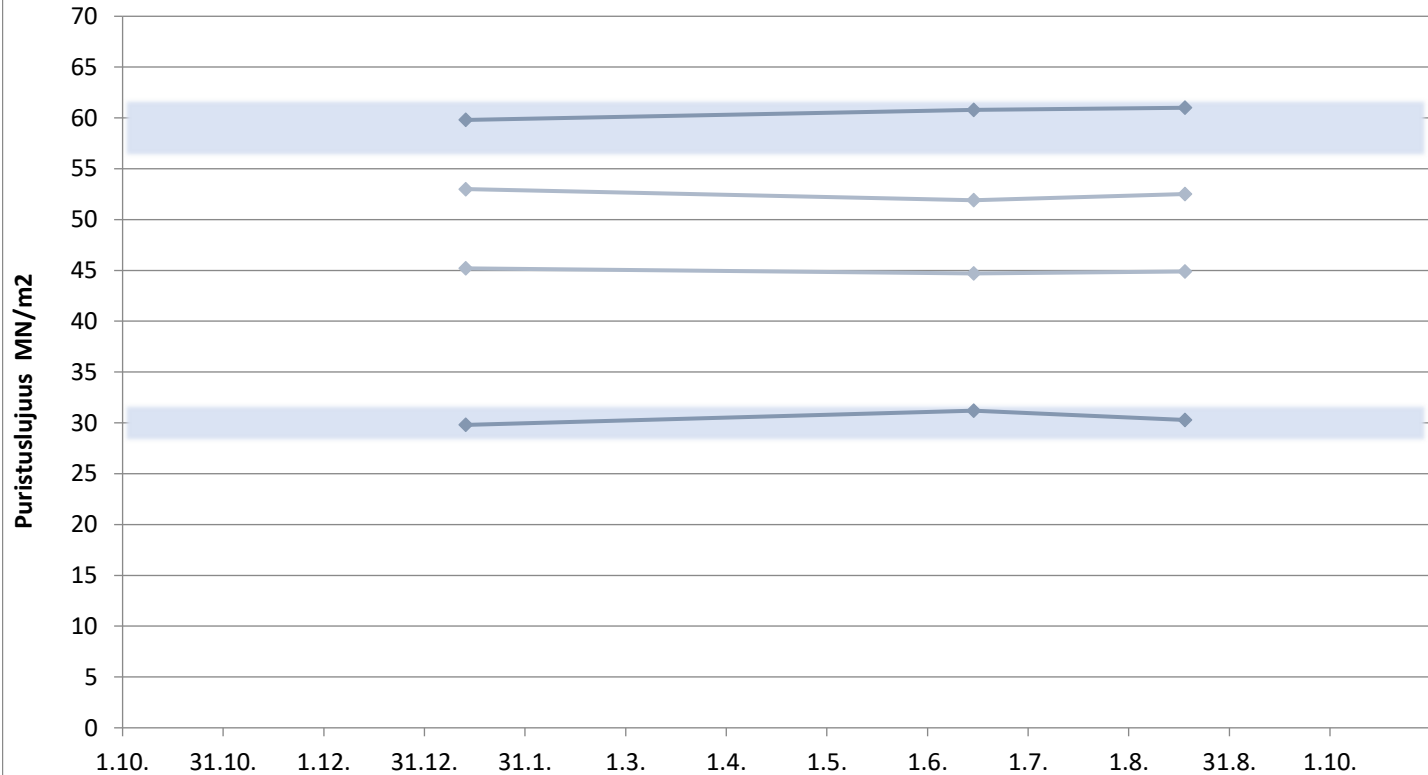

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

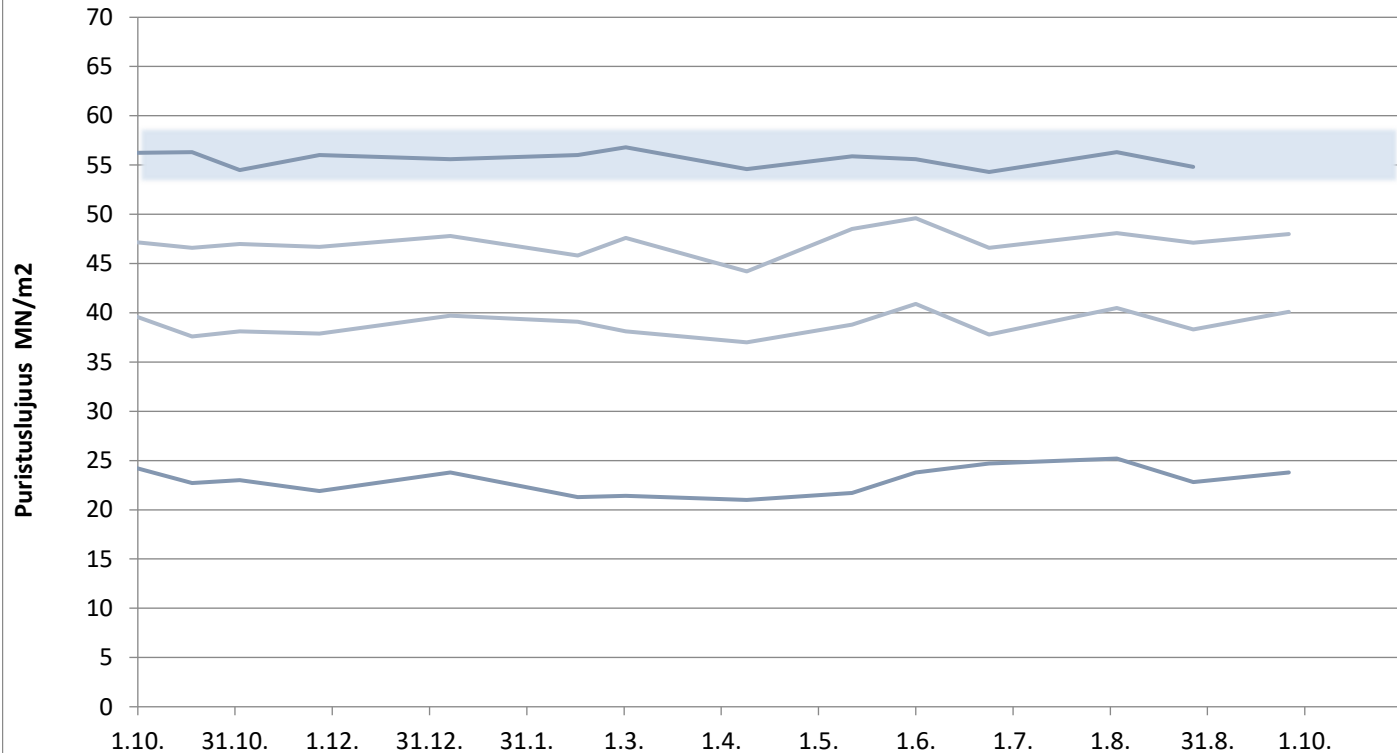

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.10.2020

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

