

# Laatuinformaatio vko 18

pvm:

4.5.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia



## Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	23.04.	24	18.04.	38	26.03.	49				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	25.04.	25	23.04.	38	28.03.	48	470	34	8	16
	30.04.	26	25.04.	37	03.04.	48				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsmentti	25.04.	21	18.04.	47	26.03.	53				
CEM II/A-LL 42.5 R	30.04.	22	23.04.	46	28.03.	52	450	32	8	0
	02.05.	22	25.04.	46	03.04.	53				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	25.04.	32	23.04.	44	26.03.	58				
CEM I 52.5 R	30.04.	32	25.04.	44	28.03.	58	560	32	4	0
	02.05.	32	30.04.	44	03.04.	58				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	02.04.	24	02.04.	63	02.04.	73	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

## Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	23.04.	26	18.04.	43	28.03.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	25.04.	26	23.04.	42	03.04.	52	440	30	13	9
	30.04.	25	25.04.	41	04.04.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsmentti	23.04.	22	18.04.	52	28.03.	64				
CEM II/A-LL 52.5 N	25.04.	22	23.04.	52	03.04.	63	490	31	8	0
	30.04.	22	25.04.	51	04.04.	64				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	25.04.	29	23.04.	42	28.03.	69				
CEM I 52.5 R	30.04.	29	25.04.	42	03.04.	67	530	32	3	0
	02.05.	30	30.04.	42	04.04.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	18.04.	28	16.04.	45	26.03.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	23.04.	28	18.04.	45	28.03.	54	330	21	3	0
	25.04.	27	23.04.	45	04.04.	53				

## Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	24.04.	19	24.04.	32	05.03.	58	400	32	3.5	0
CEM I 52.5 N										

## Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
19.04.	399		12.04.	61 %	26.03.	87 %
23.04.	398		16.04.	60 %	29.03.	85 %
25.04.	399		19.04.	59 %	03.04.	85 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

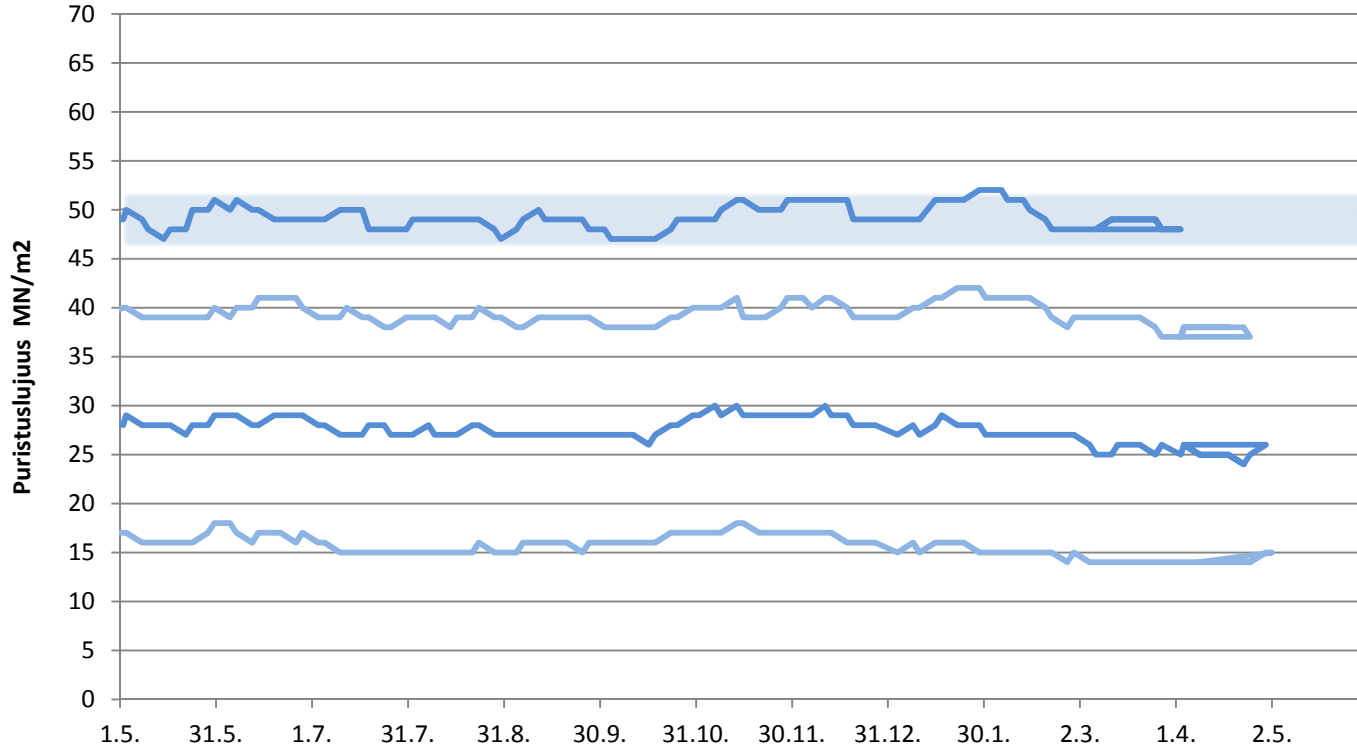


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

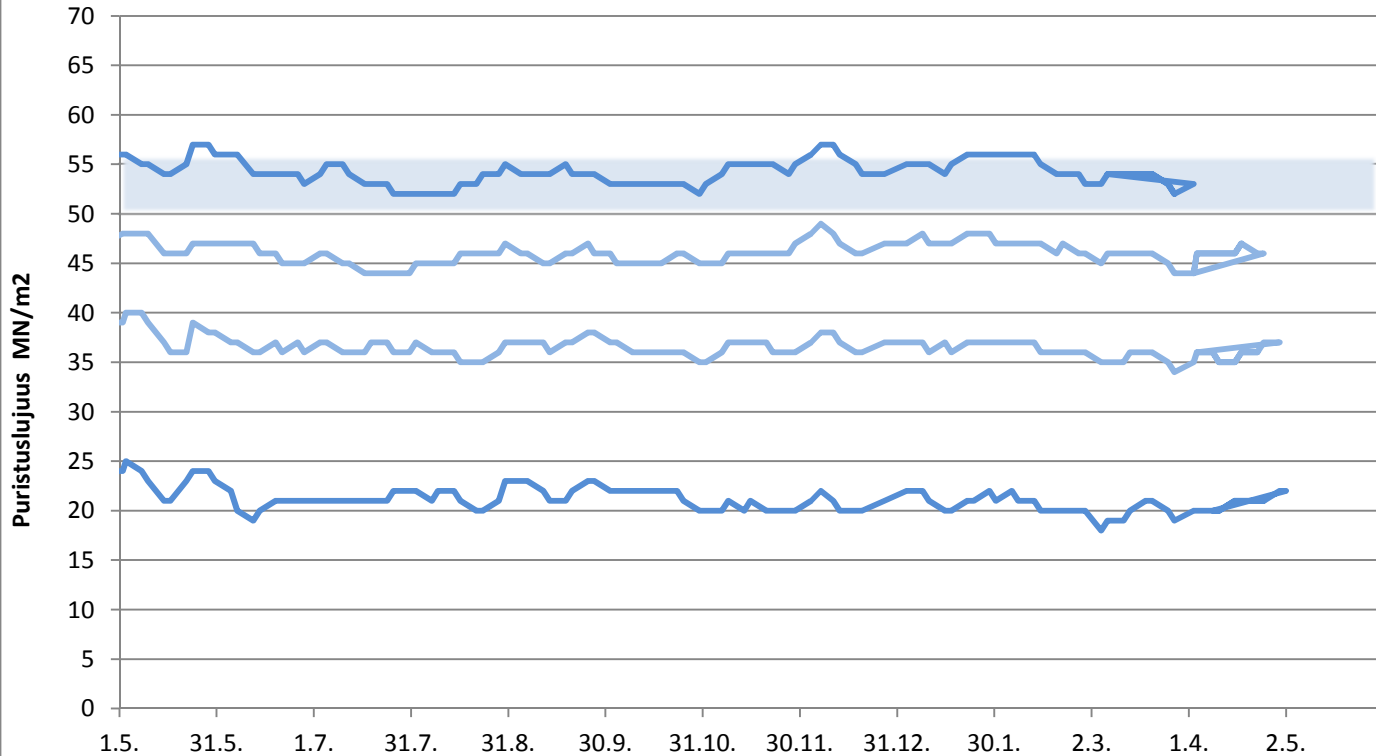


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

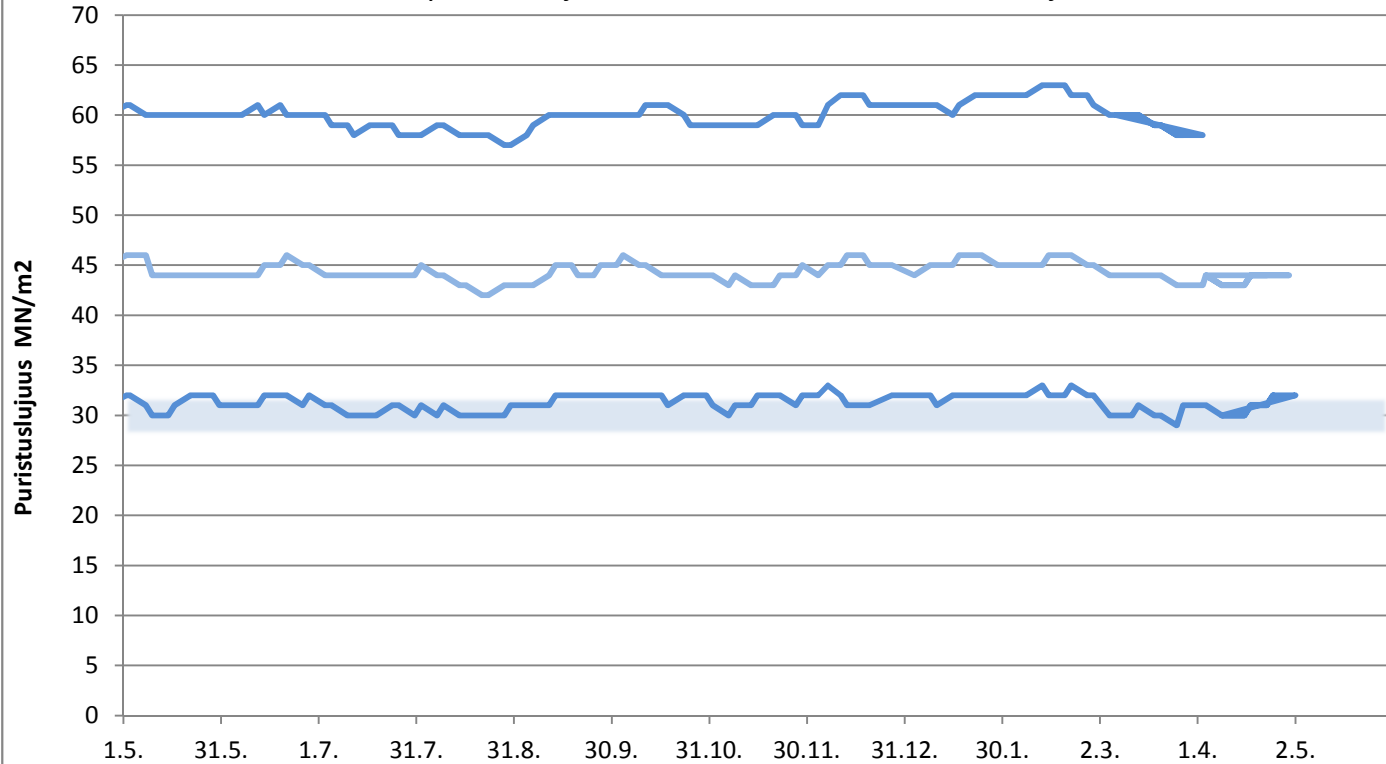


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

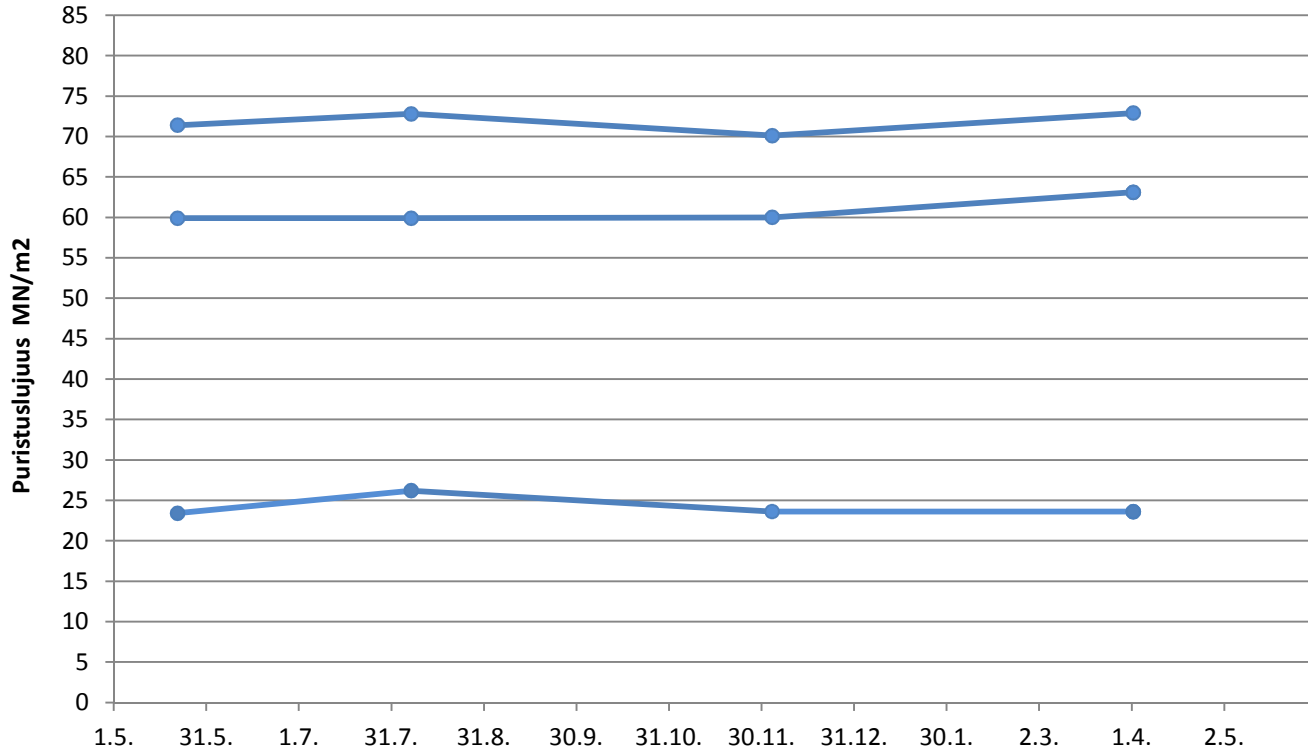


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

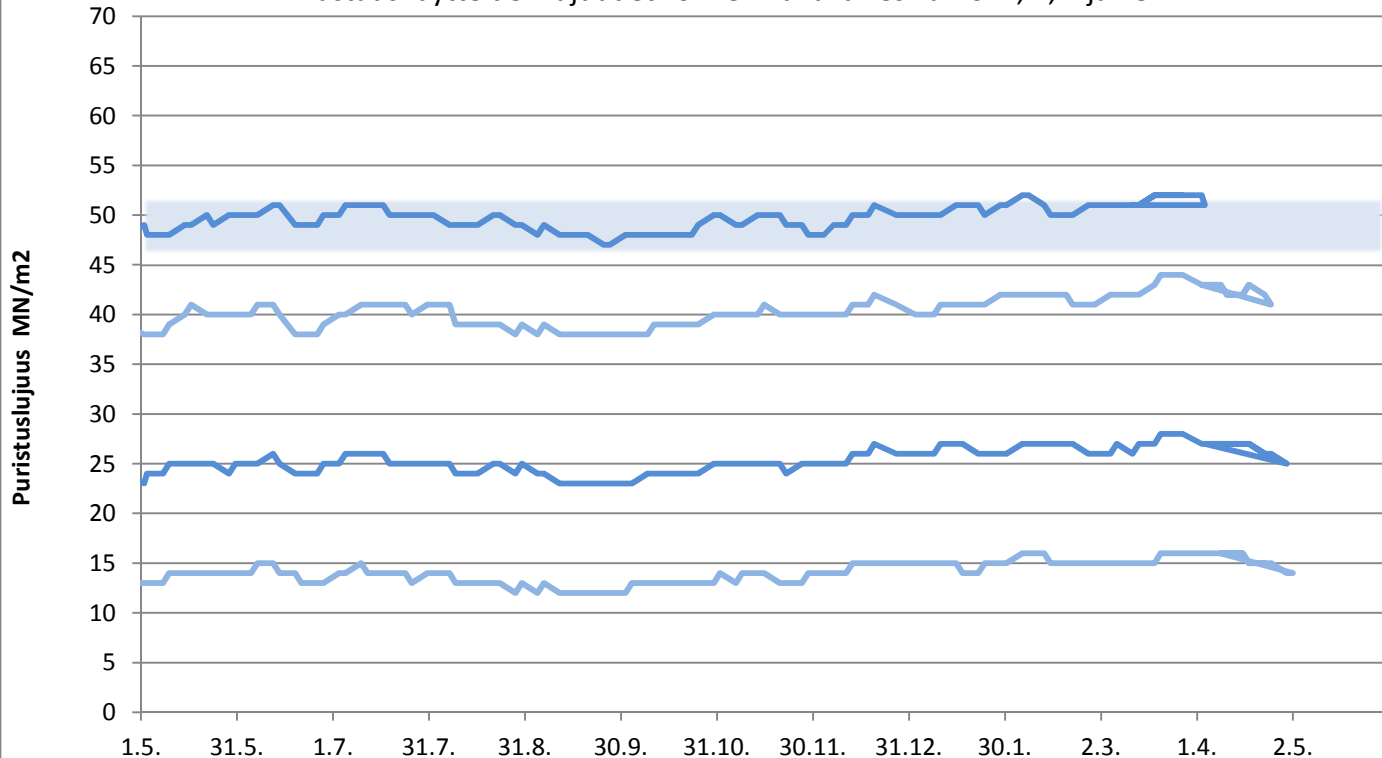


päivitetty 4.5.2018



FINNSEMENTTI

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

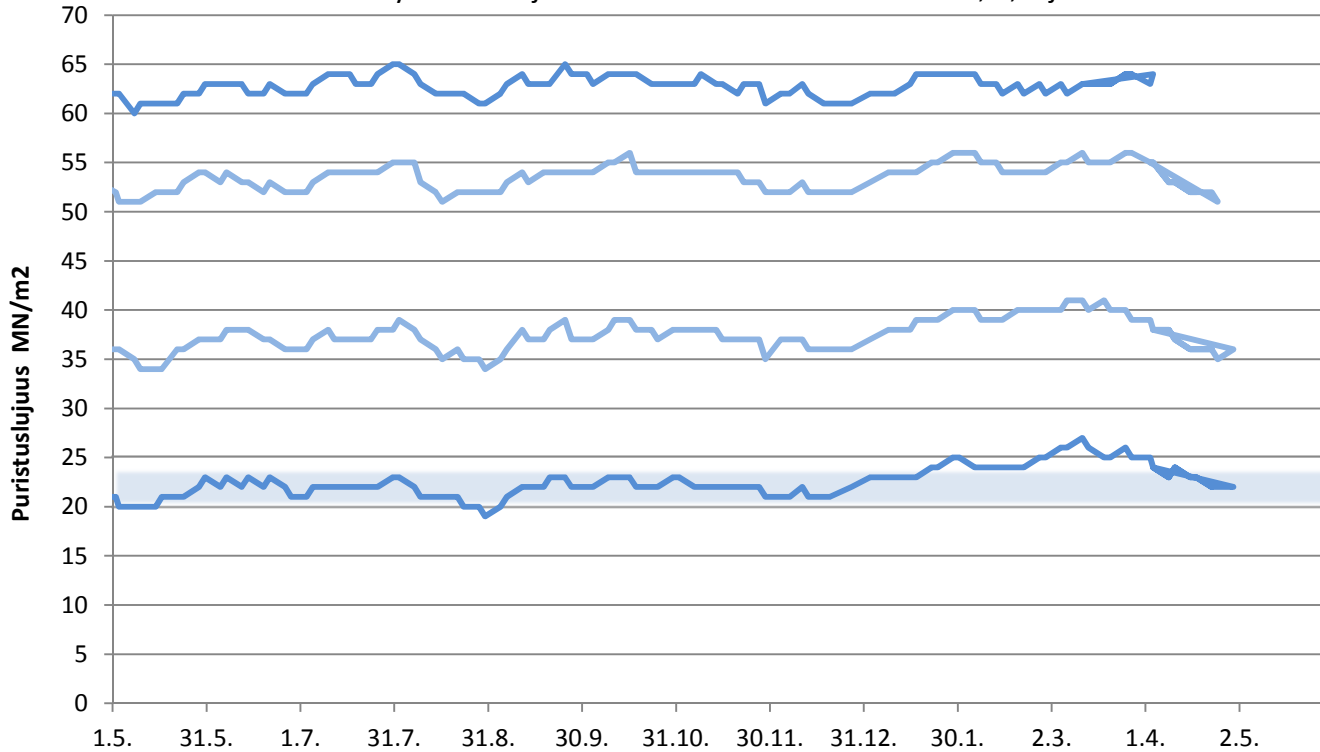


  
**FINNSEMENTTI**

päivitetty 4.5.2018

# Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

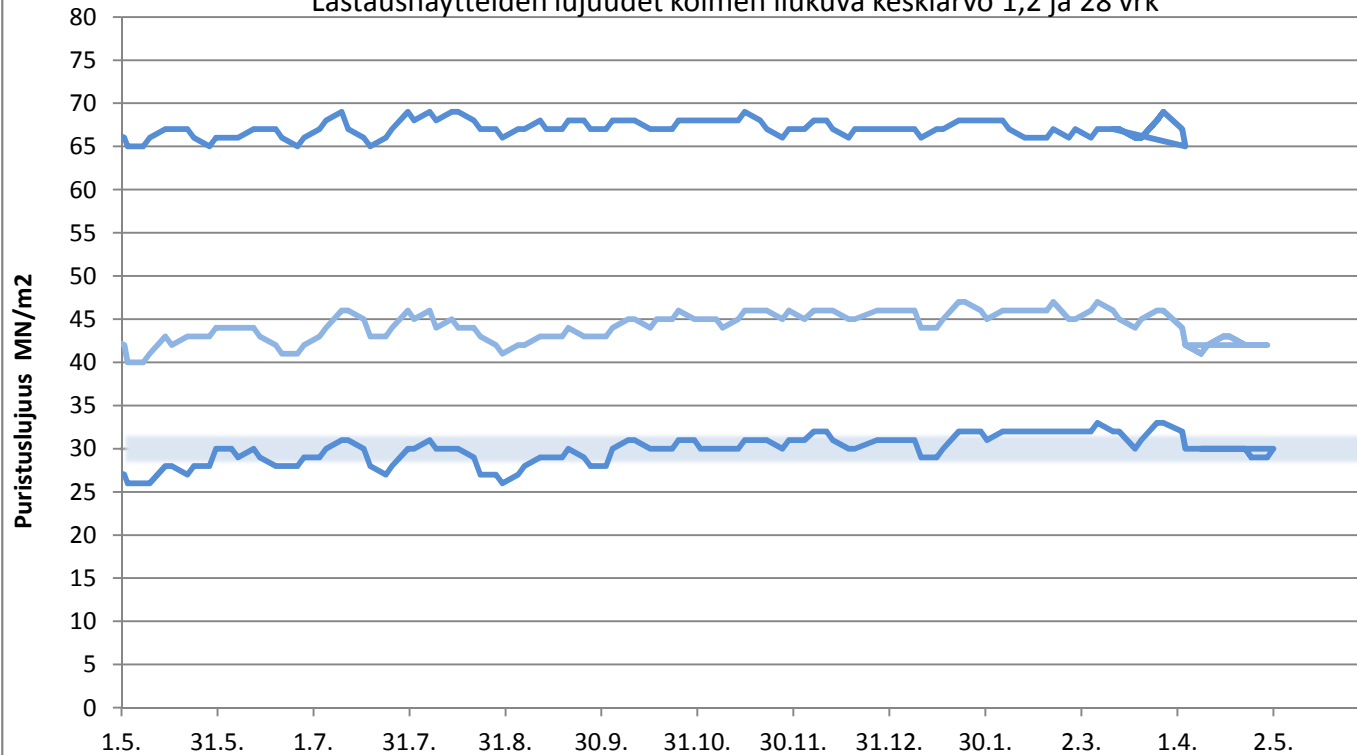


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018



# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

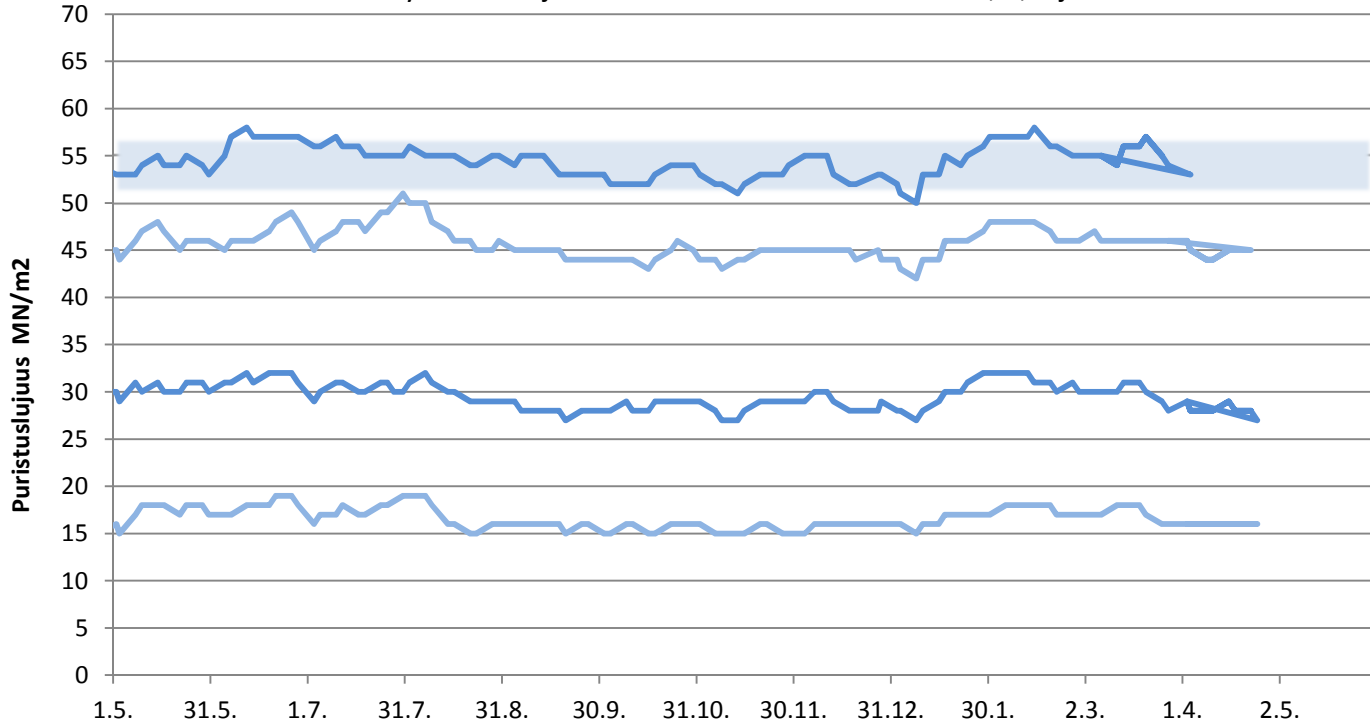


**FINNSEMENTTI**

päivitetty 4.5.2018

# Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

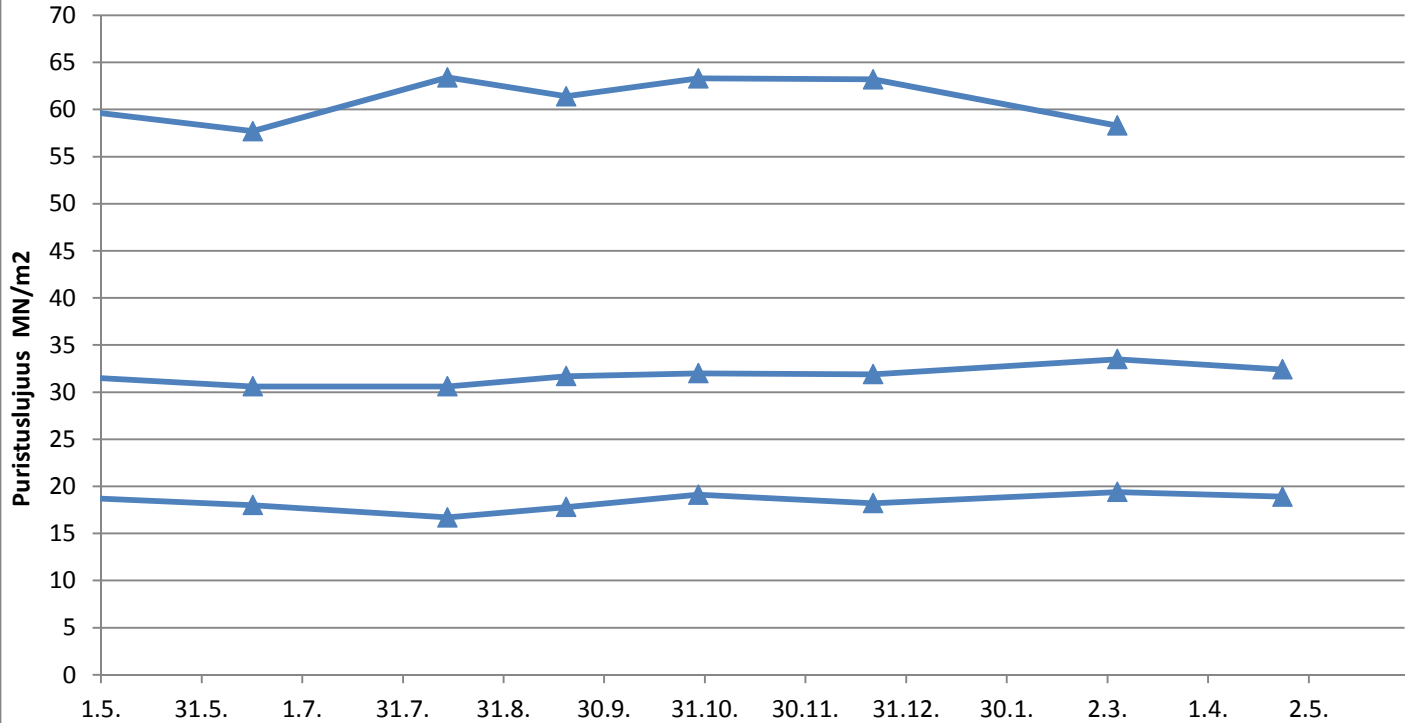


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

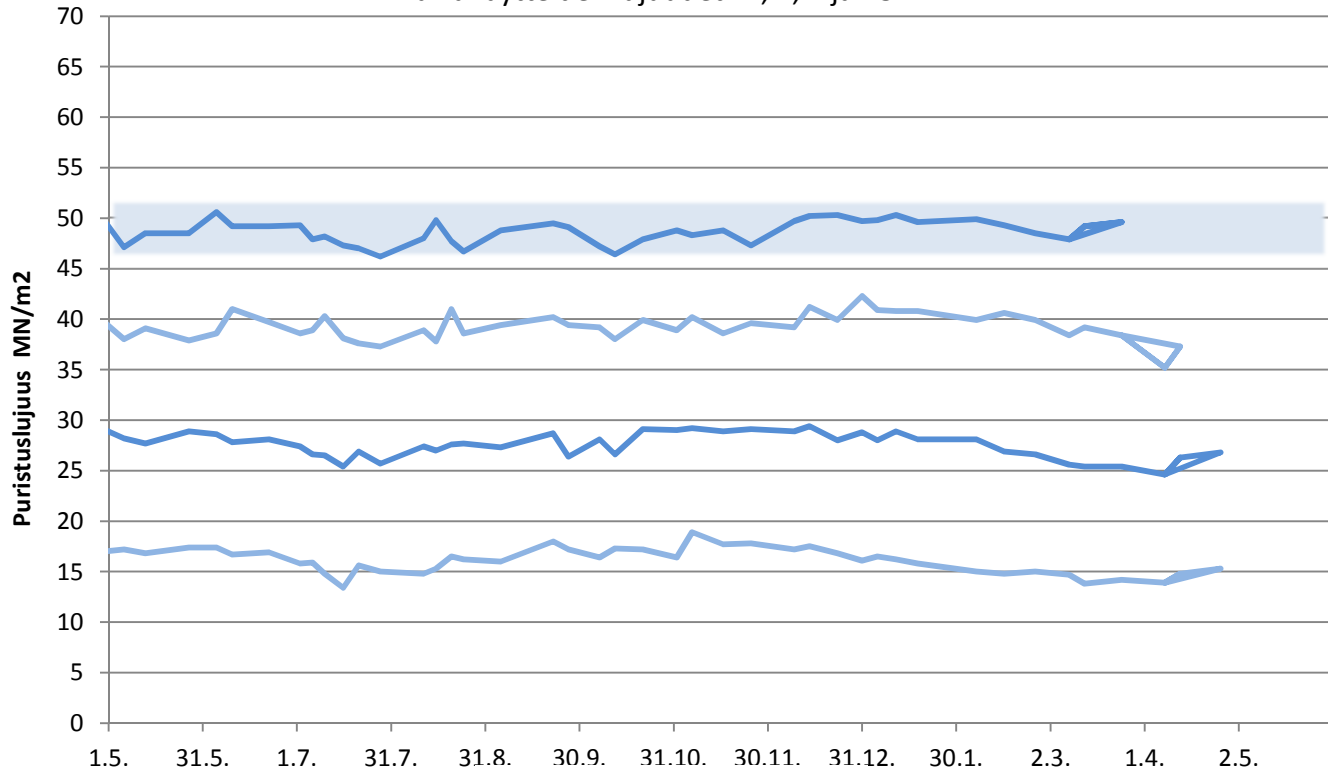


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

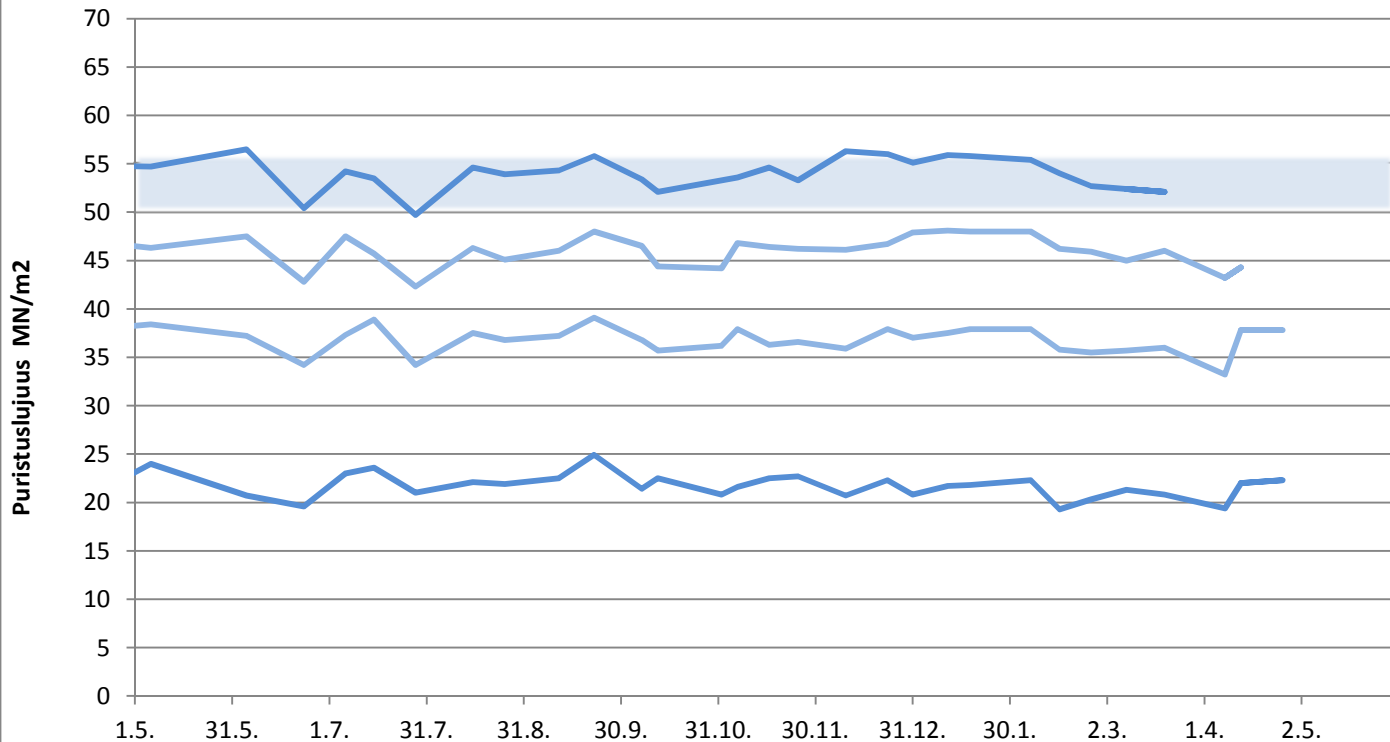


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

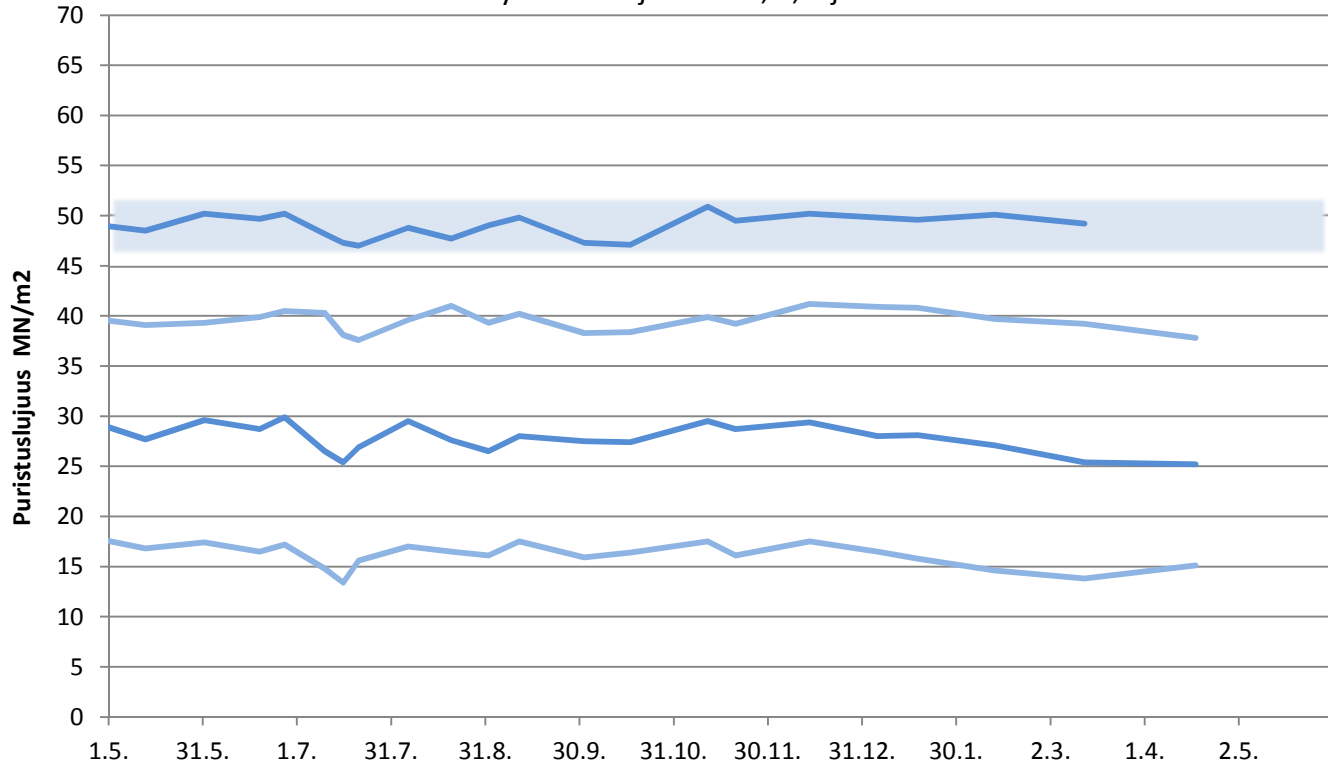


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

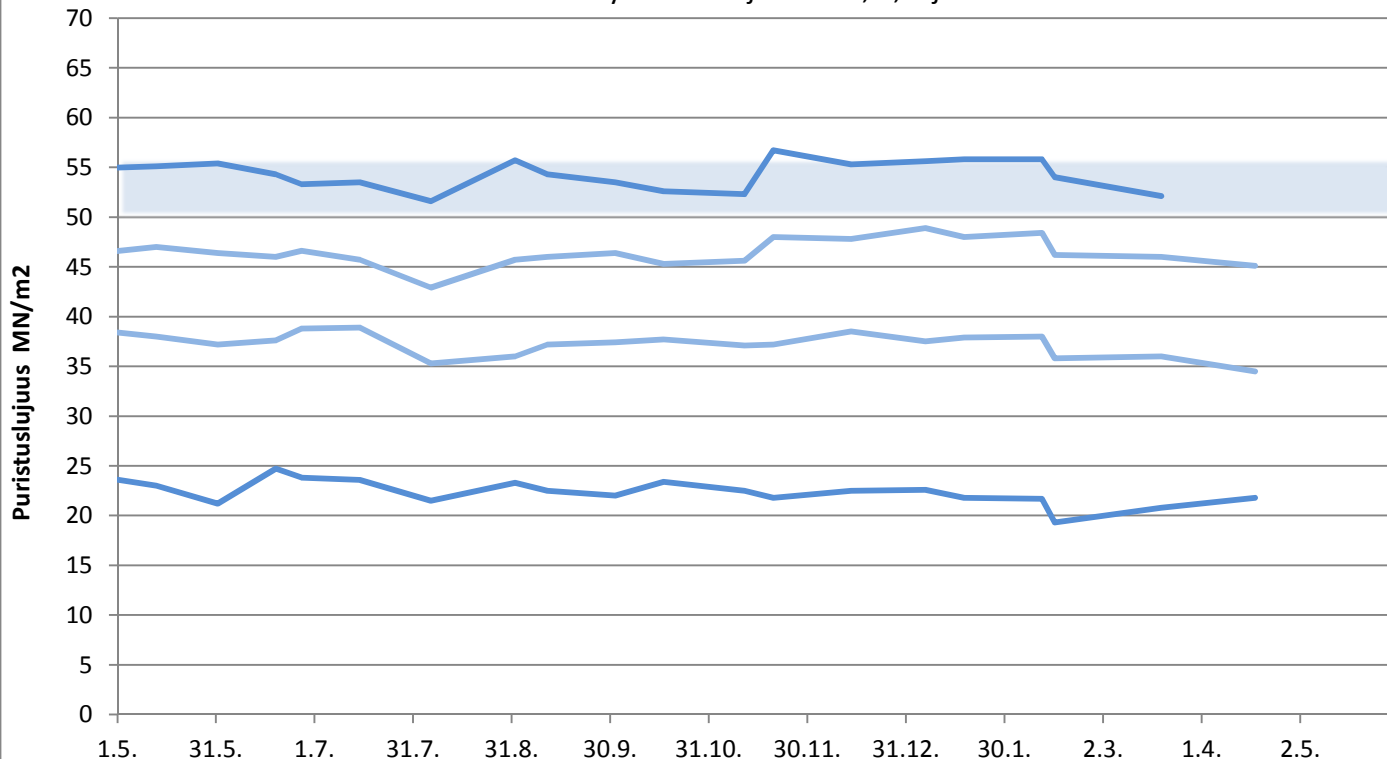


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

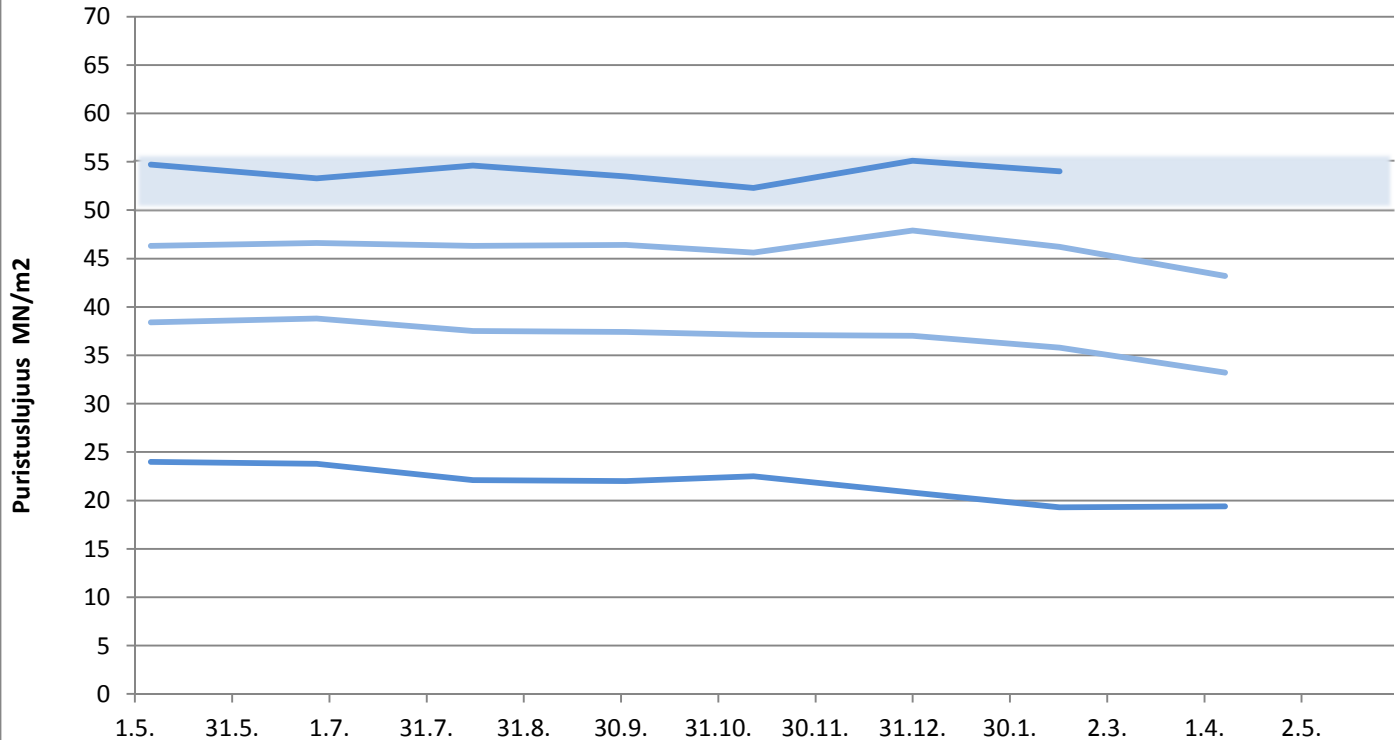


FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

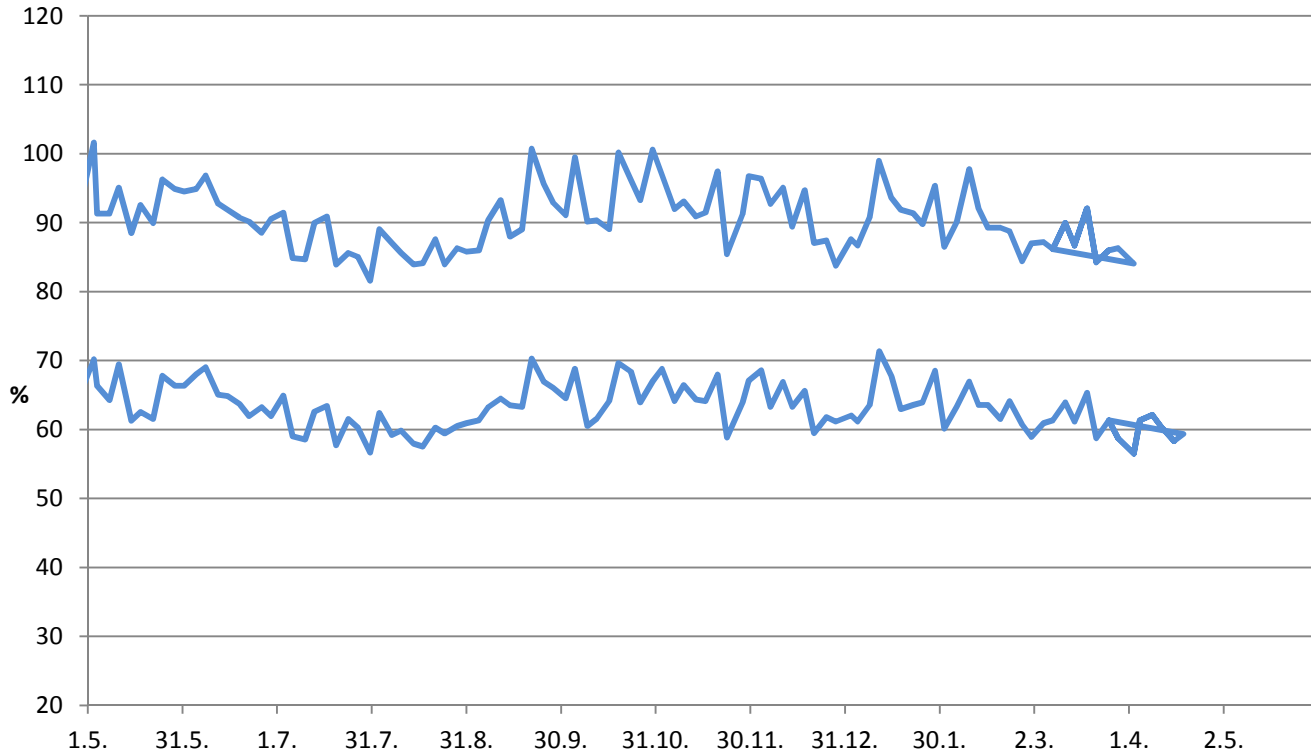

FINNSEMENTTI

päivitetty 4.5.2018