

Laatuinformaatio vko 26

pvm:

29.6.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia



Parainen

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	7 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Plussementti	18.06.	28	13.06.	40	23.05.	50				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	20.06.	28	18.06.	40	28.05.	49	470	33	8	16
	25.06.	27	20.06.	40	30.05.	49				
Rapidsementti	20.06.	19	13.06.	45	23.05.	53				
CEM II/A-LL 42.5 R	25.06.	18	18.06.	44	28.05.	53	470	31	8	2
	27.06.	20	20.06.	46	30.05.	53				
Pikaseimentti	20.06.	32	18.06.	44	23.05.	61				
CEM I 52.5 R	25.06.	32	20.06.	44	28.05.	60	560	32	4	0
	27.06.	32	25.06.	44	30.05.	61				
Valkosementti *	02.04.	24	02.04.	63	02.04.	73	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	7 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Plussementti	18.06.	26	13.06.	41	23.05.	49				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	20.06.	26	18.06.	40	28.05.	50	450	32	14	9
	25.06.	26	20.06.	40	30.05.	50				
Rapidsementti	18.06.	22	11.06.	51	21.05.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	20.06.	23	13.06.	51	23.05.	62	500	30	7	0
	25.06.	24	20.06.	51	28.05.	62				
Pikaseimentti	20.06.	33	18.06.	43	23.05.	67				
CEM I 52.5 R	25.06.	33	20.06.	44	28.05.	67	550	30	3	0
	27.06.	32	25.06.	44	30.05.	67				
SR-sementti	18.06.	31	13.06.	46	21.05.	53				
CEM I 42.5 N - SR3	20.06.	30	15.06.	45	23.05.	53	370	22	3	0
	25.06.	30	18.06.	45	28.05.	53				

Kantvik

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	2 vrk	2 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Megasementti*	08.06.	19	08.06.	32	16.05.	57	400	33	3.5	0
CEM I 52.5 N										

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
14.06.	403		12.06.	63 %	21.05.	95 %
18.06.	411		14.06.	62 %	24.05.	93 %
21.06.	406		18.06.	64 %	29.05.	94 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

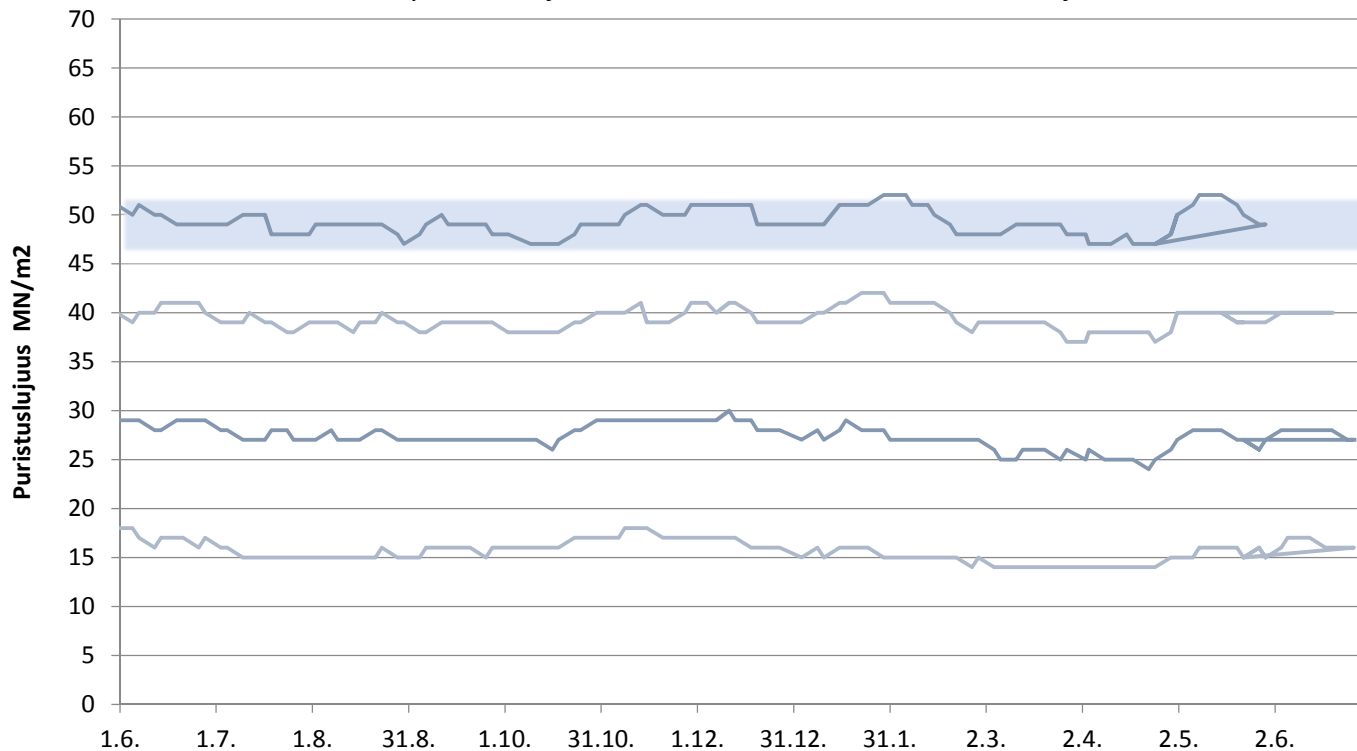


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

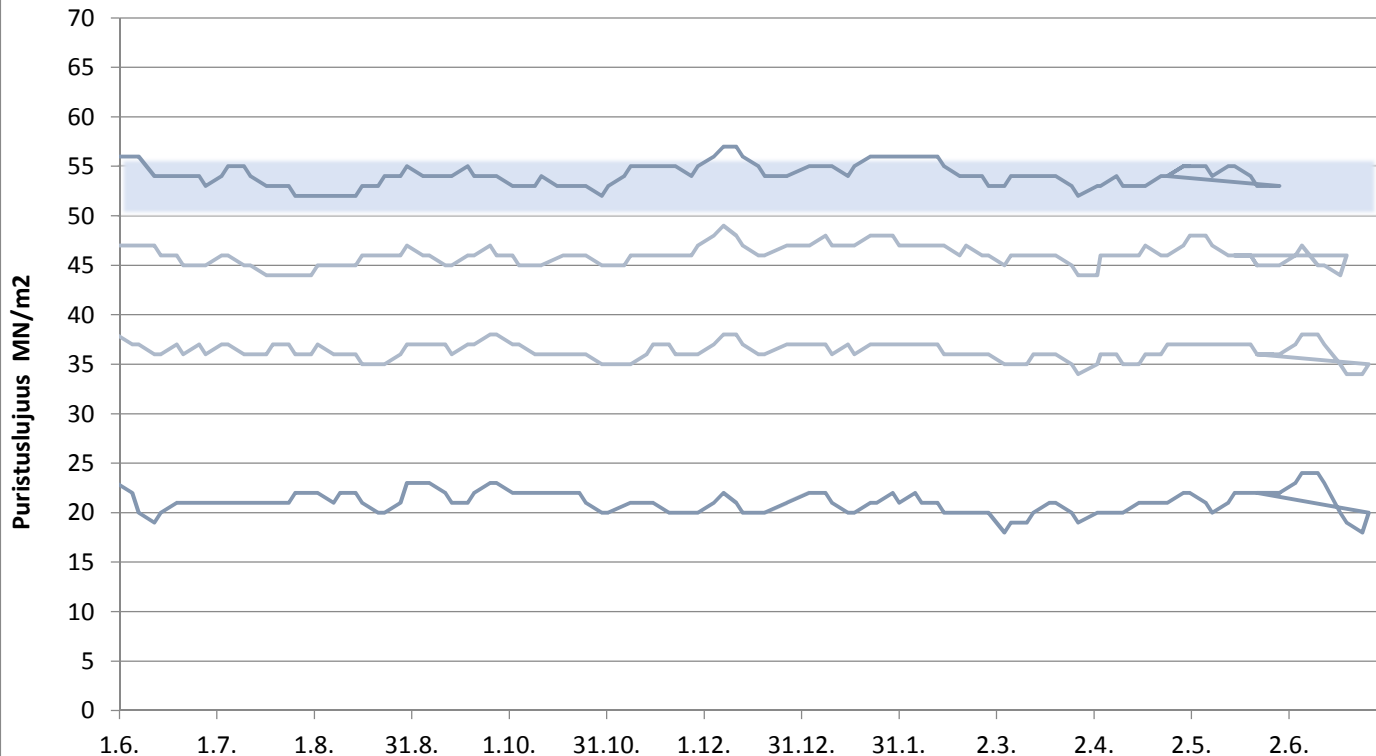


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

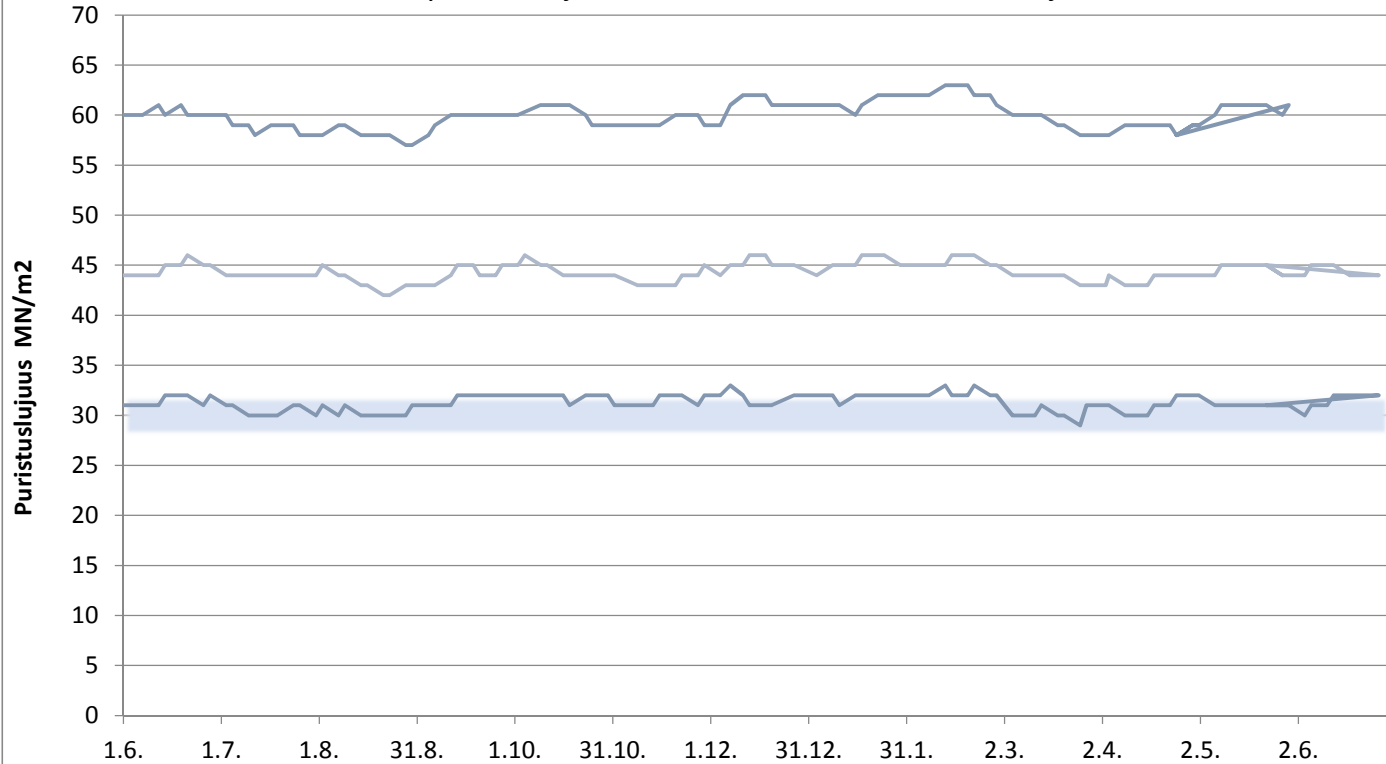


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

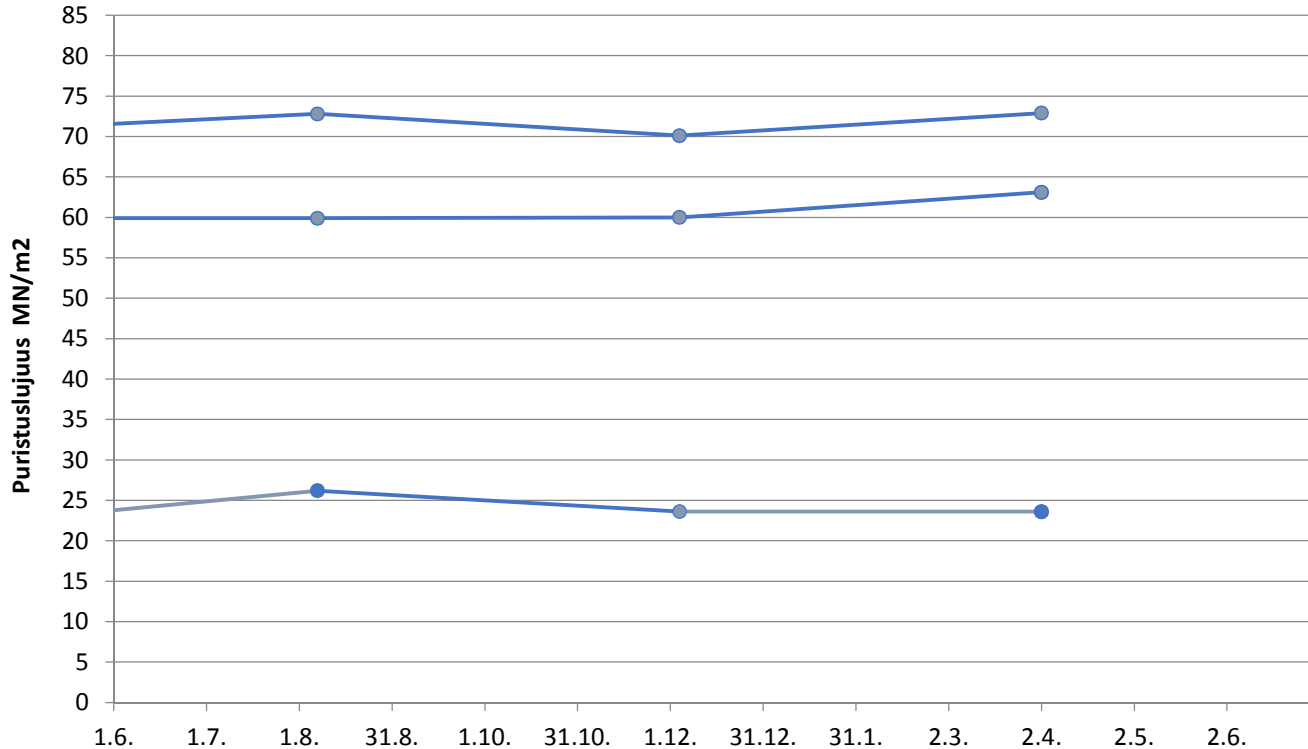


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

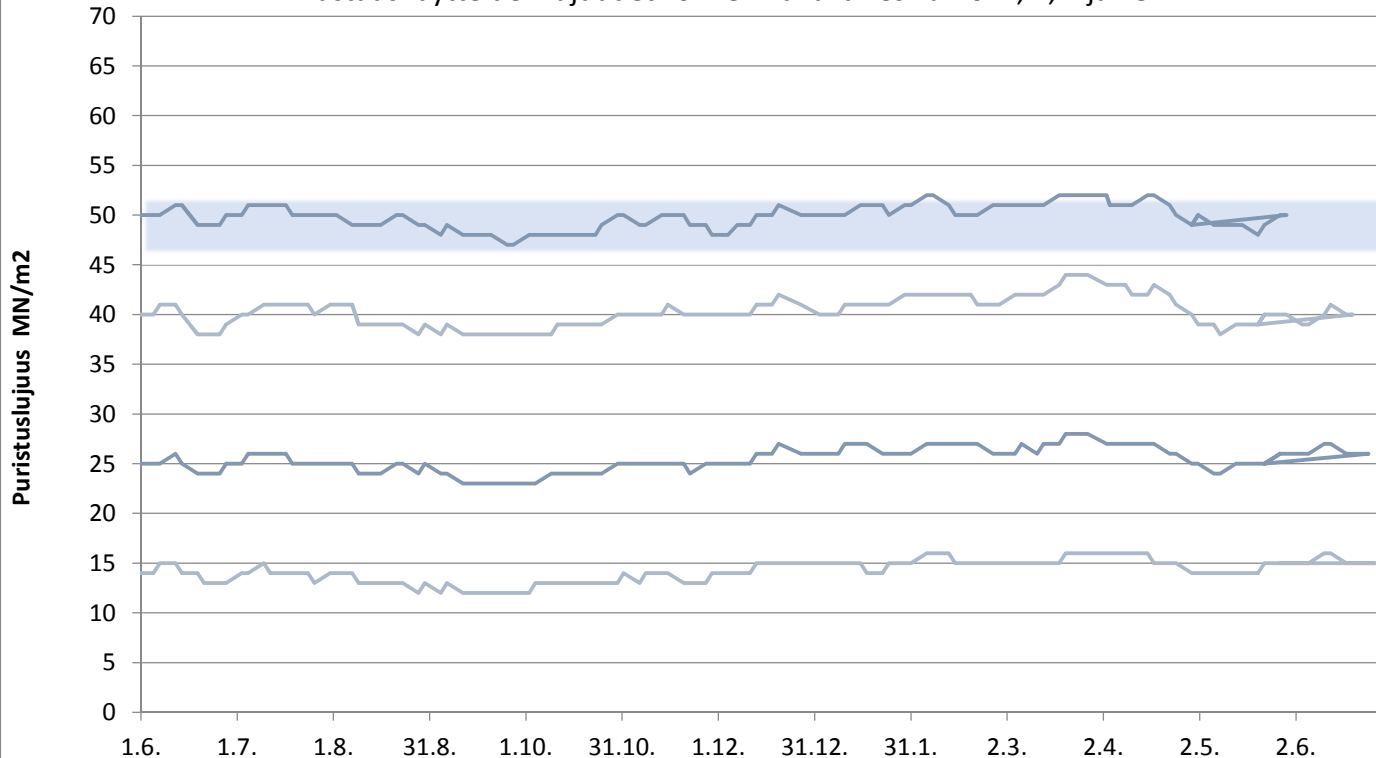


päivitetty 29.6.2018



FINNSEMENTTI

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

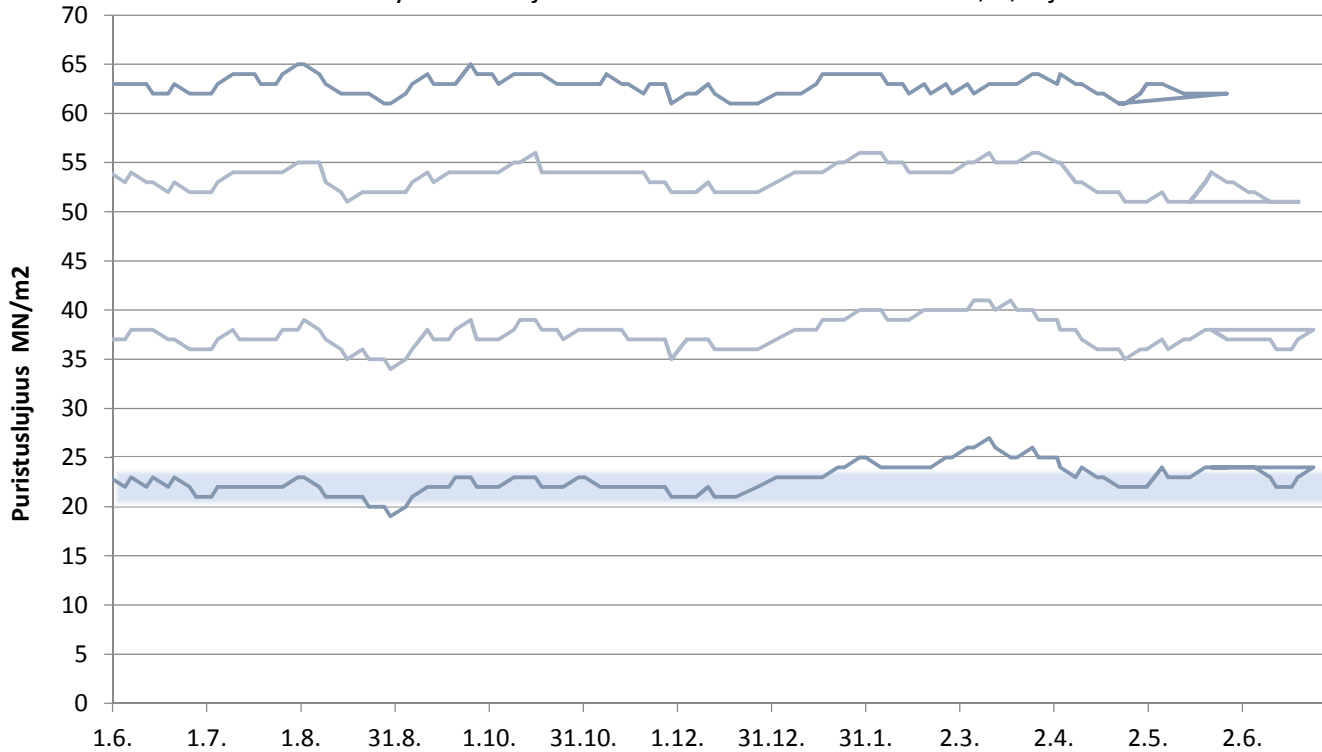


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

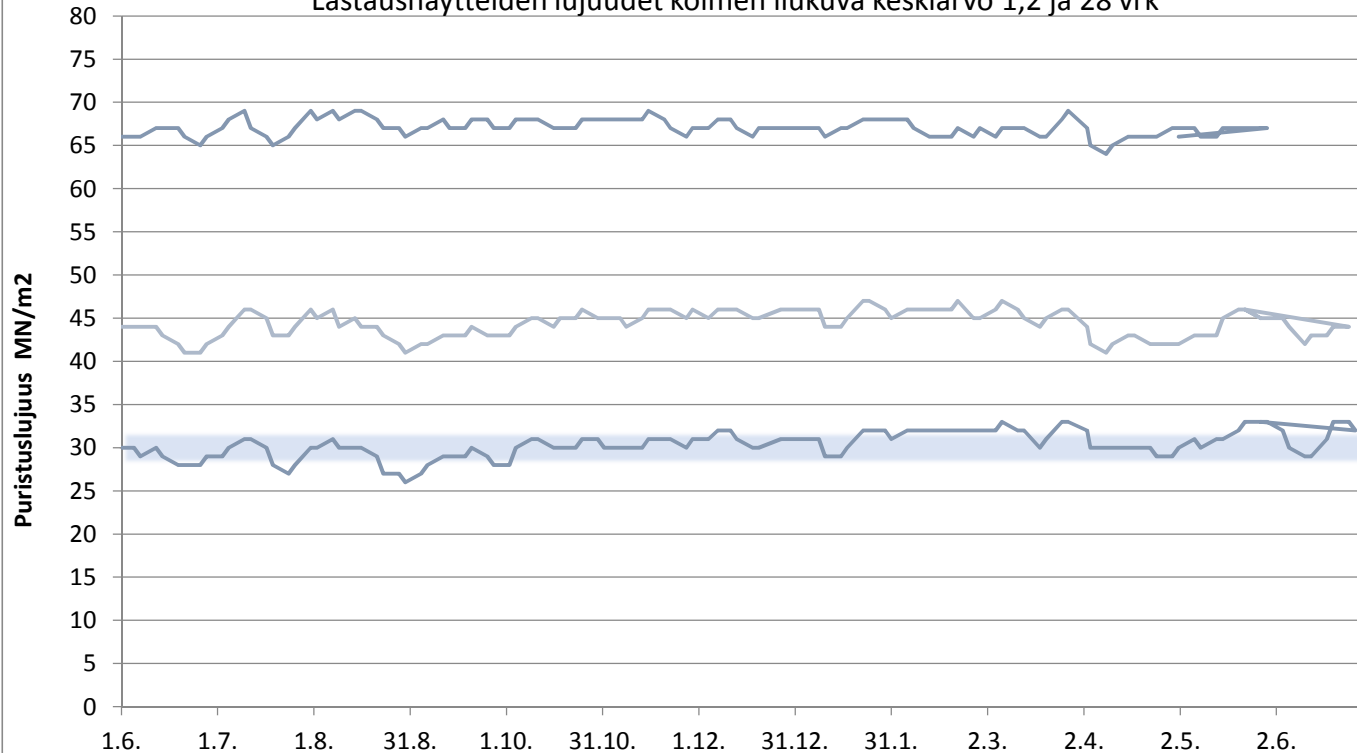


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

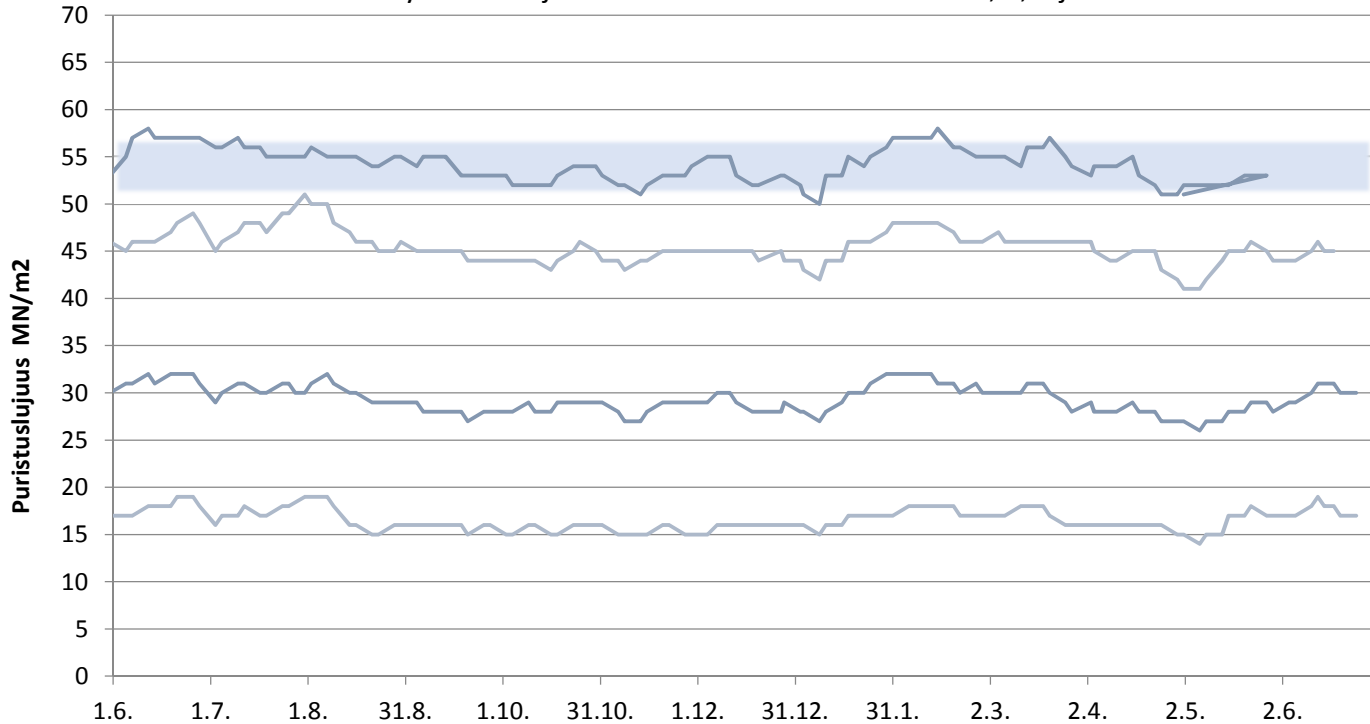


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

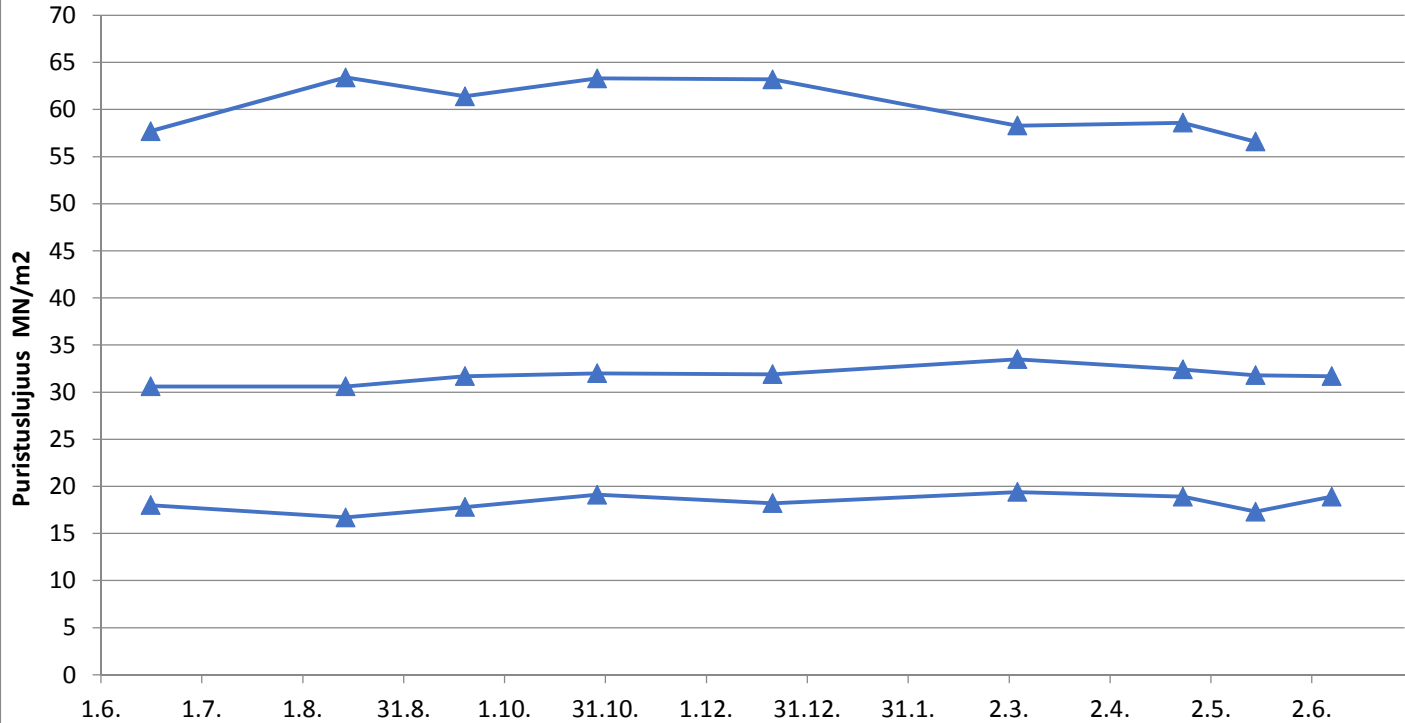


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

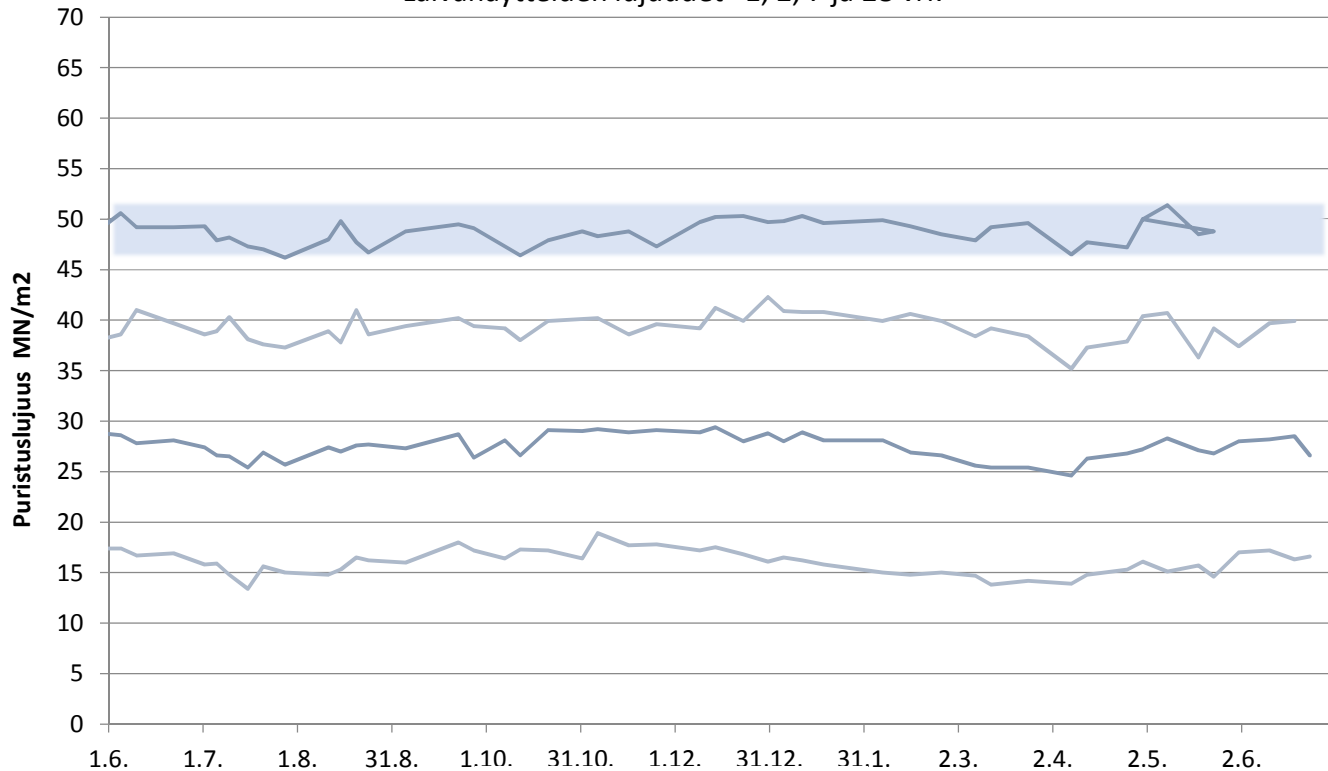


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

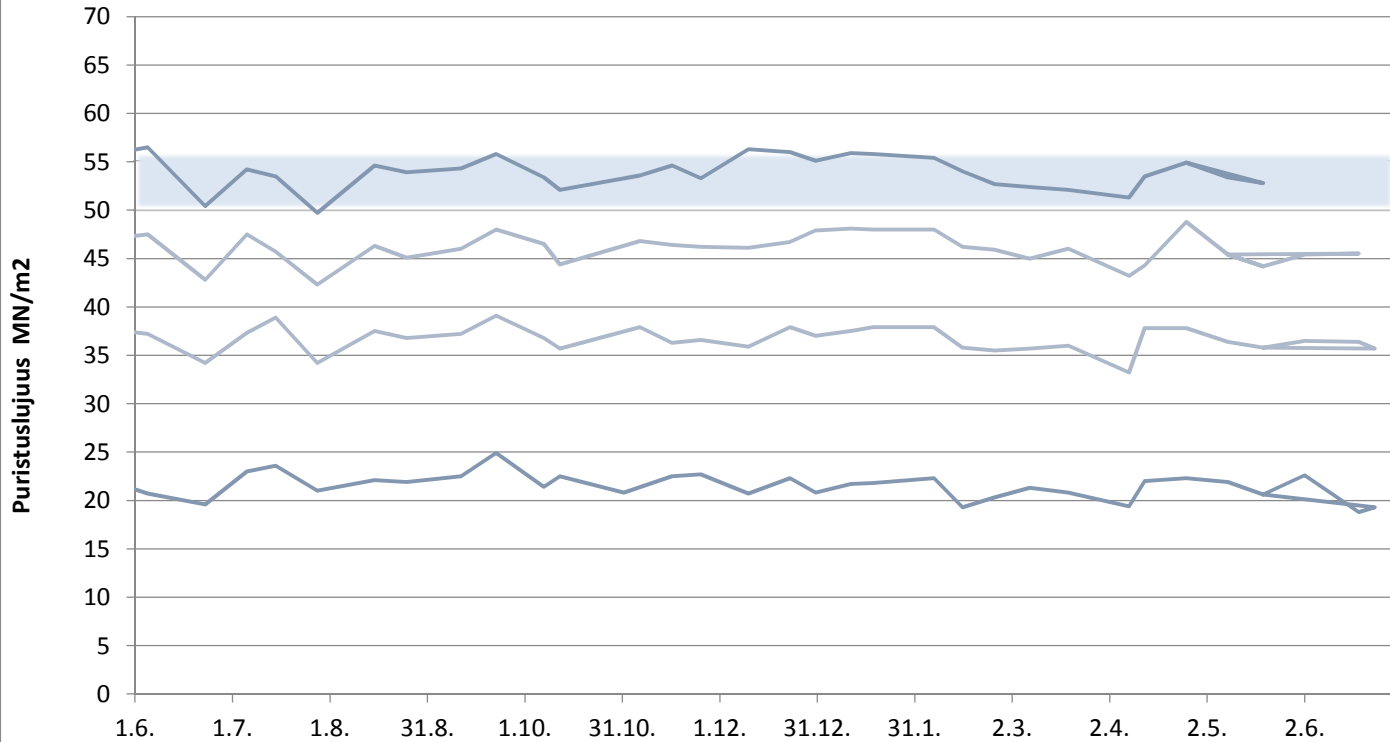


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

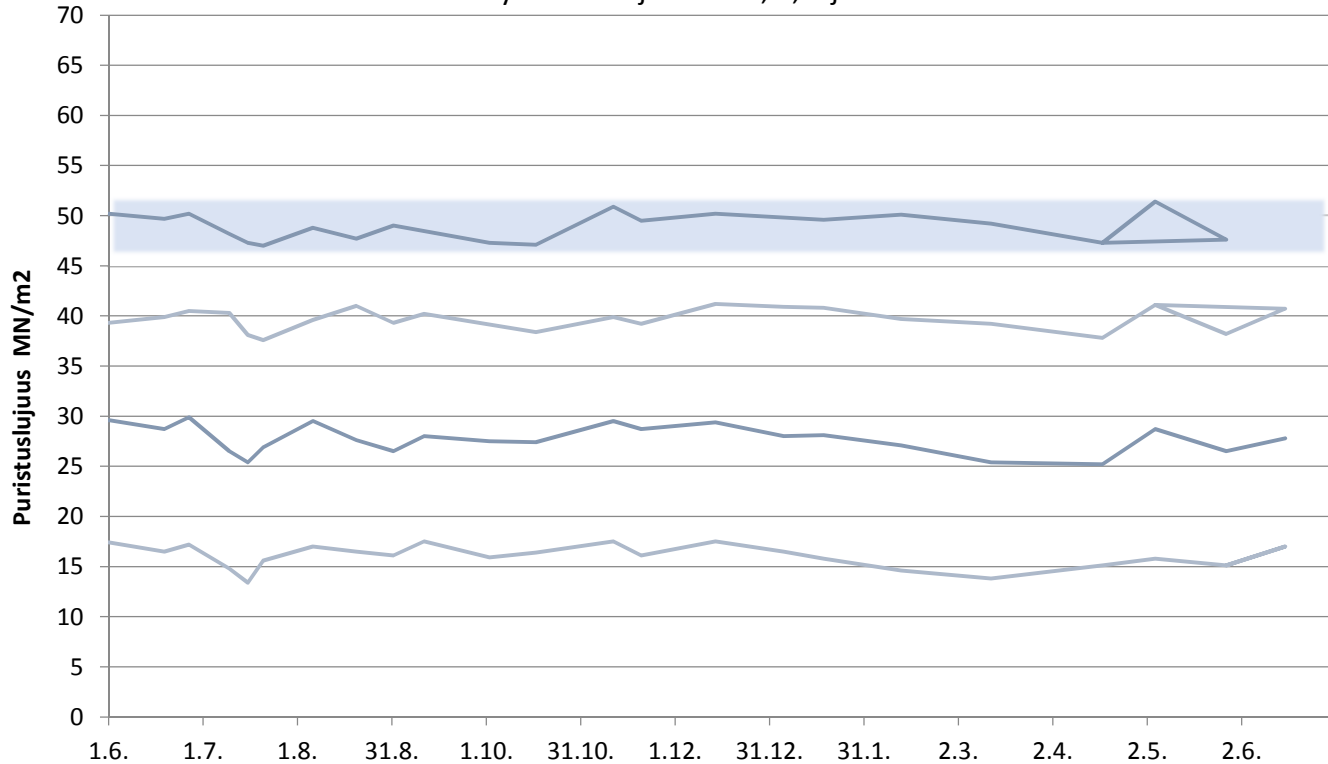


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

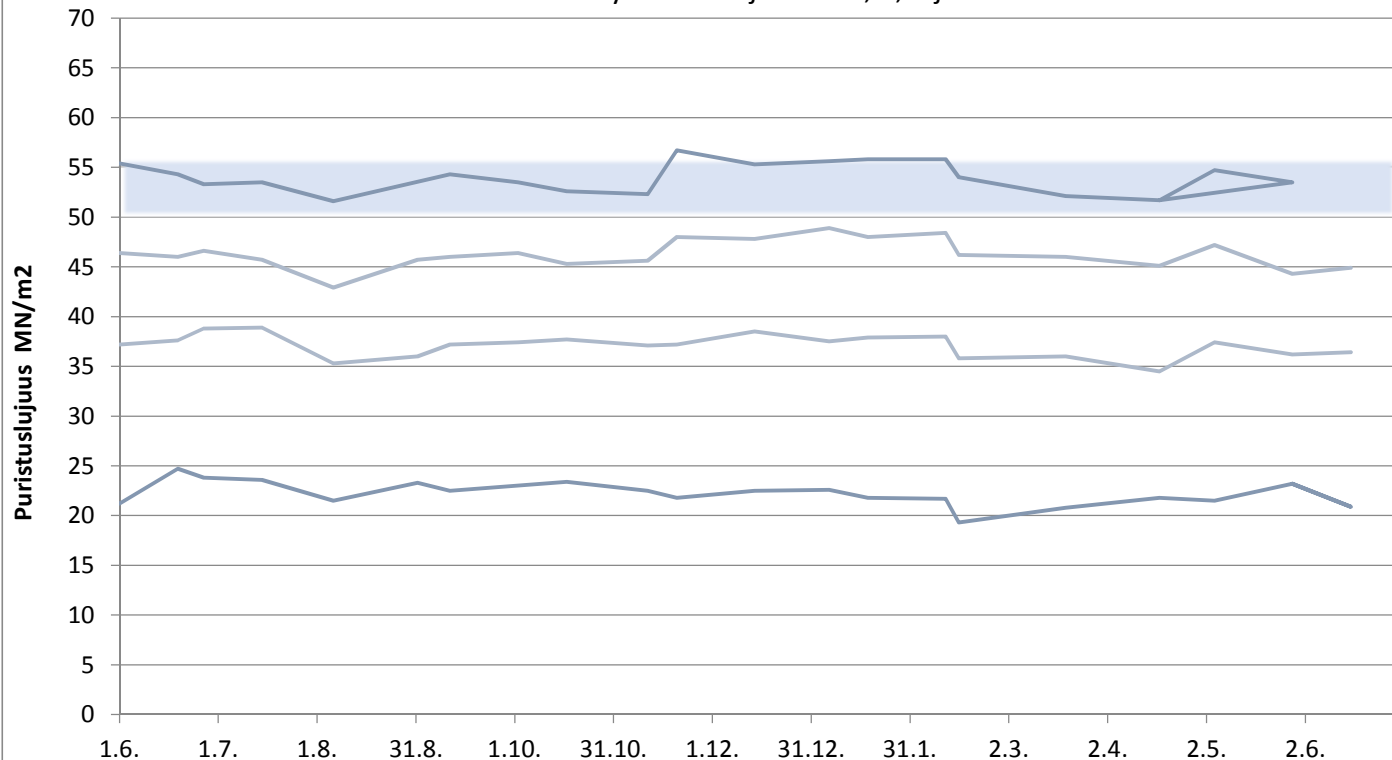


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

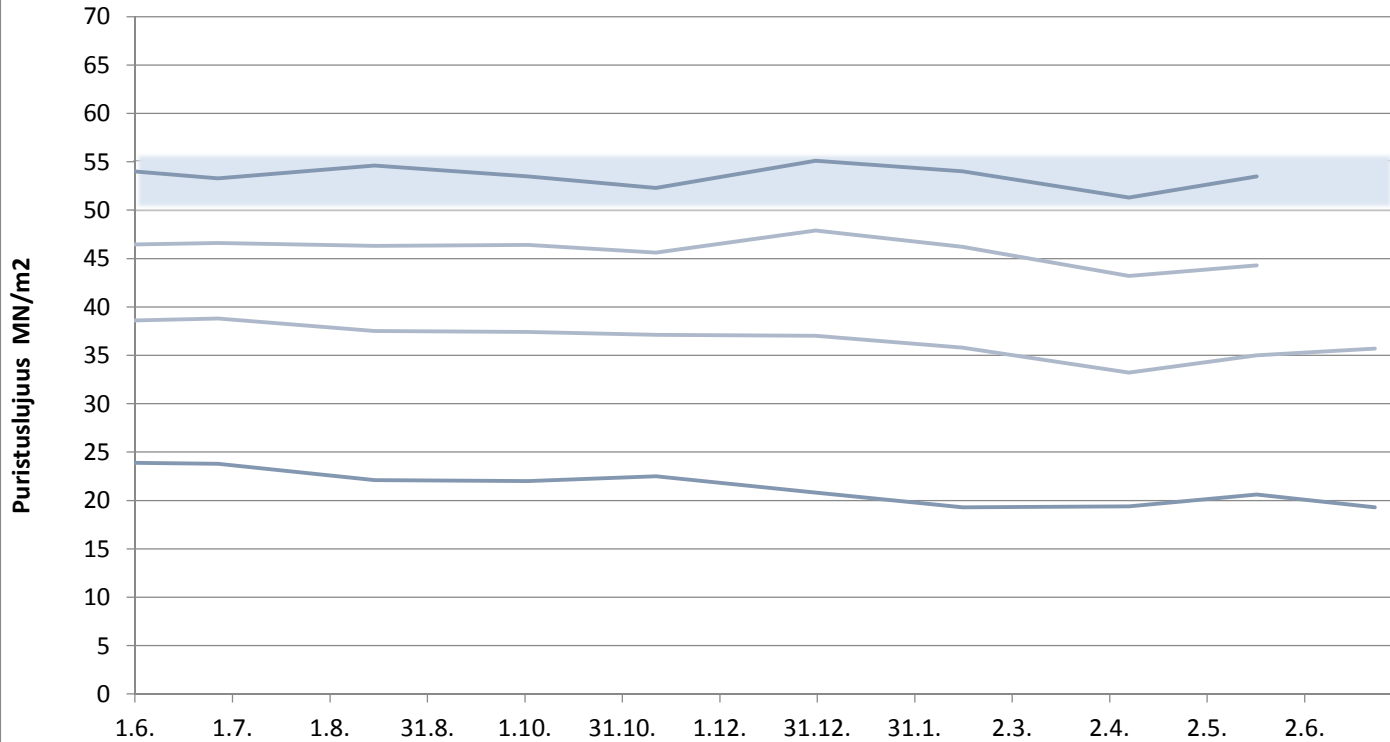


FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

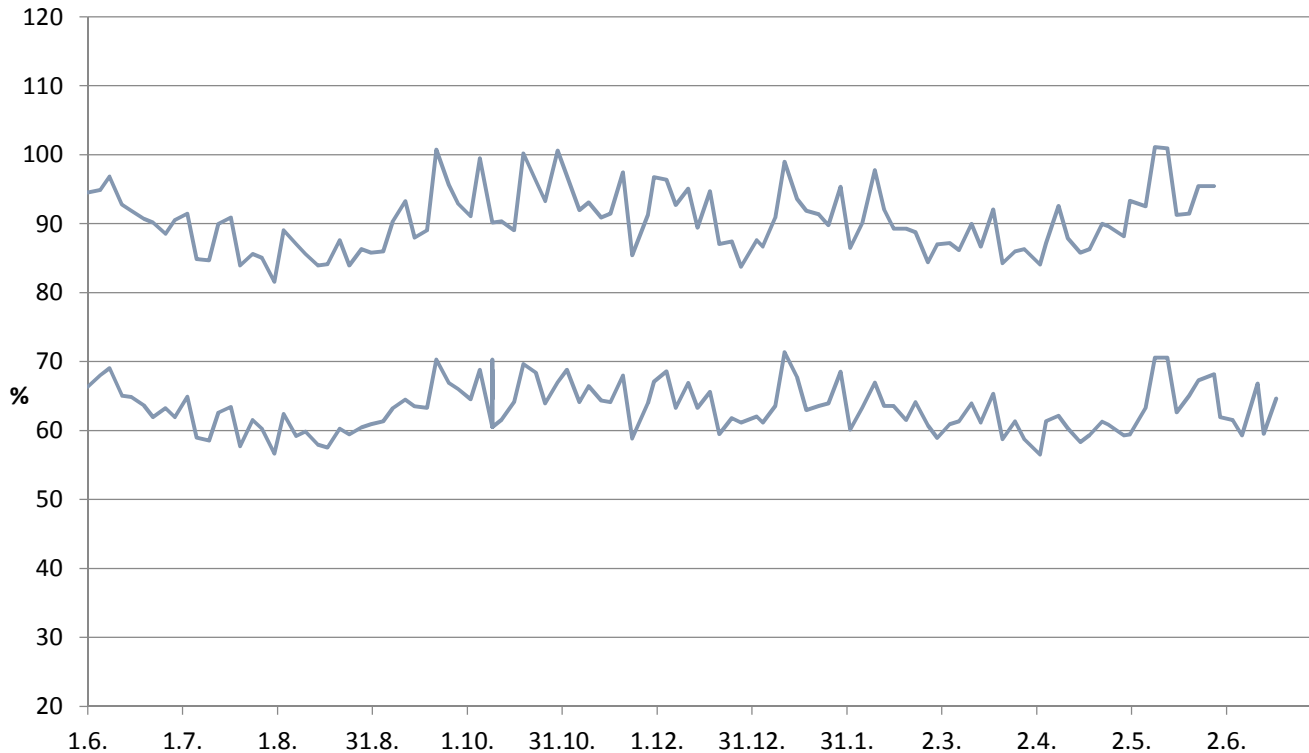

FINNSEMENTTI

päivitetty 29.6.2018