

Laatuinformaatio vko 27

pvm:

6.7.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

**Parainen**

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	25.06.	27	20.06.	40	28.05.	49				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	27.06.	27	25.06.	40	30.05.	49	480	33	8	16
	02.07.	27	27.06.	40	06.06.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	27.06.	20	20.06.	46	28.05.	53				
CEM II/A-LL 42.5 R	02.07.	21	25.06.	45	30.05.	53	480	31	8	2
	04.07.	22	27.06.	46	06.06.	53				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	27.06.	32	25.06.	44	28.05.	60				
CEM I 52.5 R	02.07.	32	27.06.	44	30.05.	61	570	32	4	0
	04.07.	32	02.07.	44	06.06.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	02.04.	24	02.04.	63	02.04.	73	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	25.06.	26	20.06.	40	30.05.	50				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	27.06.	26	25.06.	40	04.06.	49	460	32	14	9
	02.07.	25	27.06.	40	06.06.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	25.06.	24	13.06.	51	30.05.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	27.06.	25	20.06.	51	04.06.	62	500	30	7	0
	02.07.	24	25.06.	52	06.06.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	25.06.	33	25.06.	44	30.05.	67				
CEM I 52.5 R	27.06.	32	27.06.	44	04.06.	67	540	30	3	0
	02.07.	31	02.07.	44	06.06.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	25.06.	30	18.06.	45	28.05.	53				
CEM I 42.5 N - SR3	27.06.	30	20.06.	45	30.05.	53	370	22	3	0
	02.07.	31	25.06.	45	04.06.	52				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	01.07.	18	01.07.	30	16.05.	57	410	33	3.5	0
CEM I 52.5 N										

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
25.06.	403	18.06.	64 %	29.05.	94 %
28.06.	402	21.06.	62 %	31.05.	94 %
02.07.	395	25.06.	64 %	04.06.	93 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

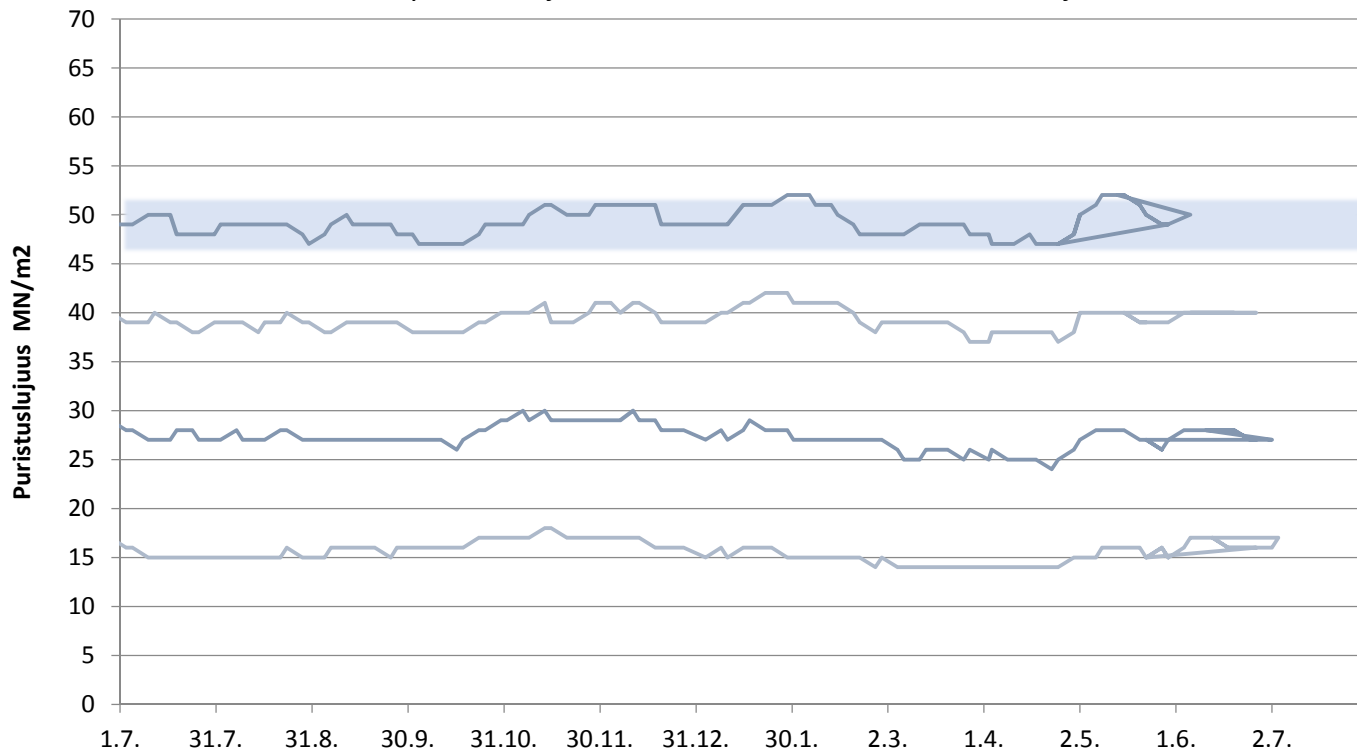


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

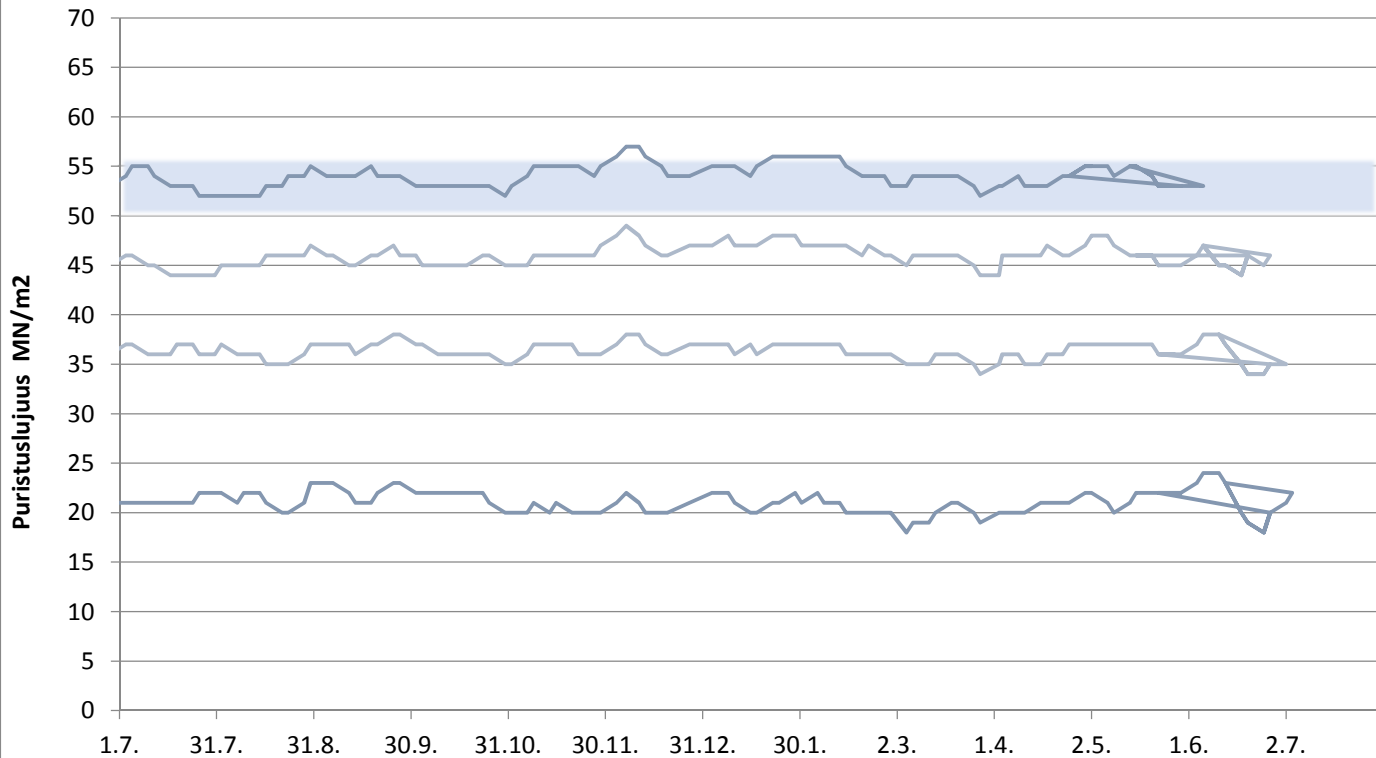


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

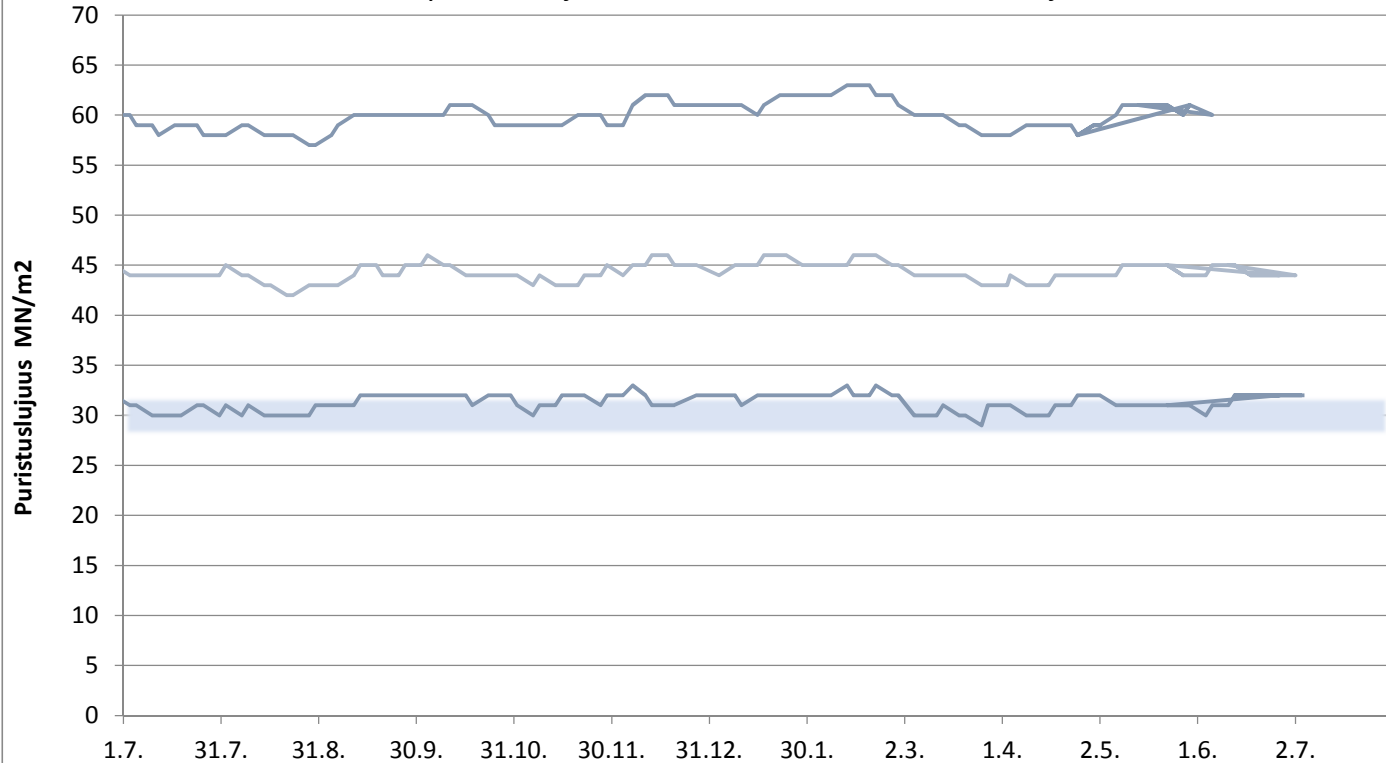


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

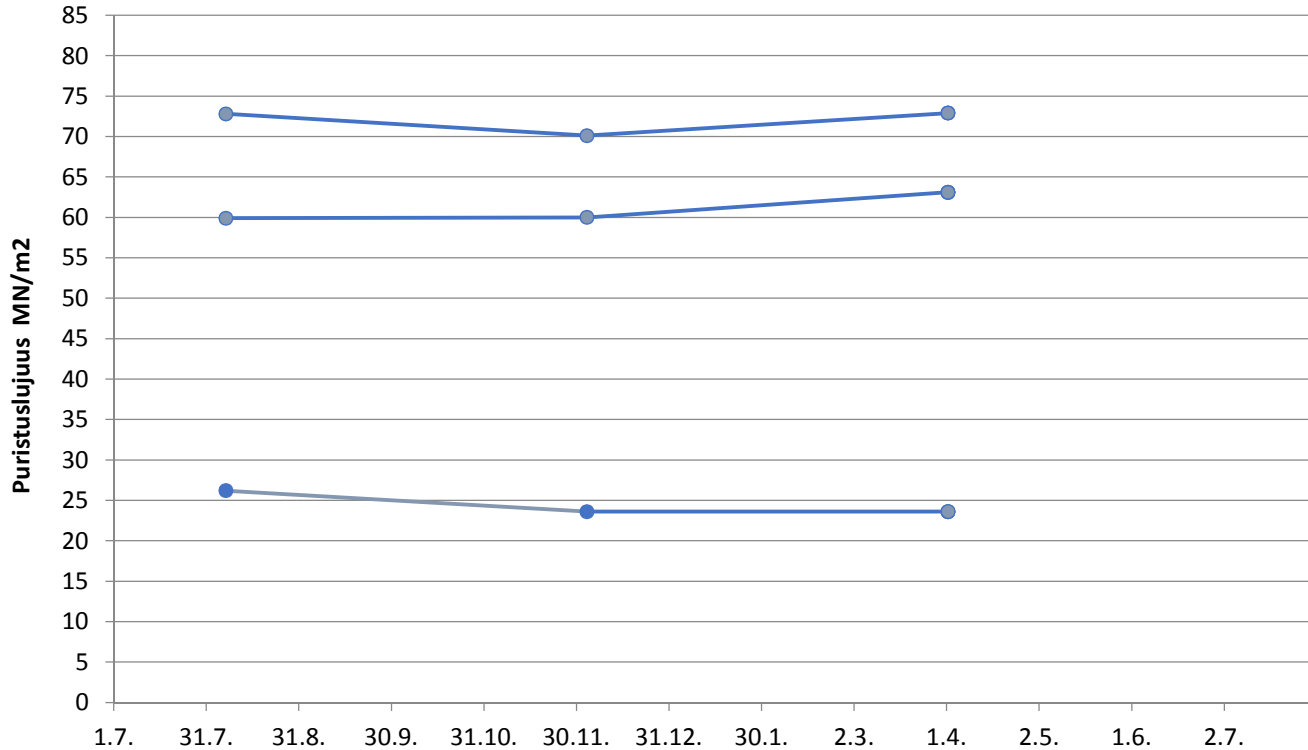


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

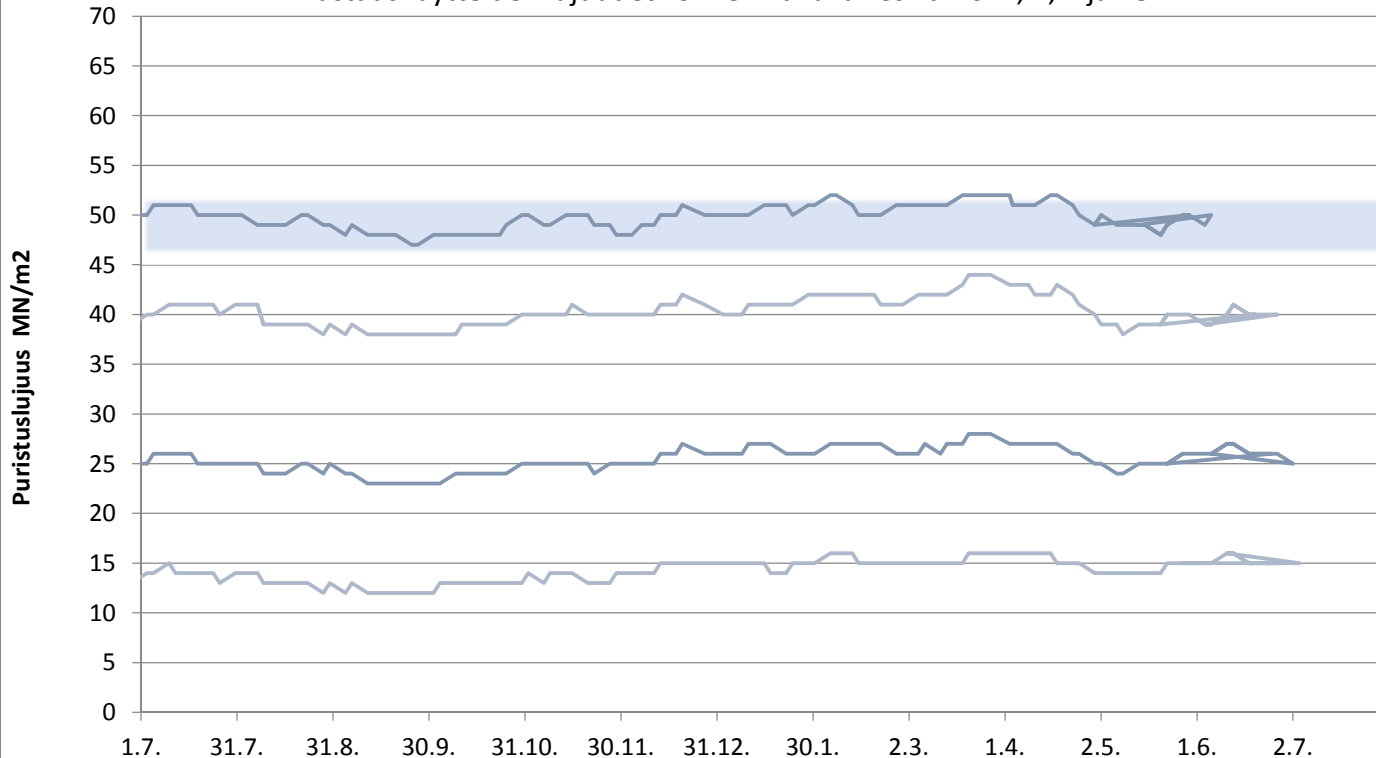


päivitetty 6.7.2018



FINNSEMENTTI

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

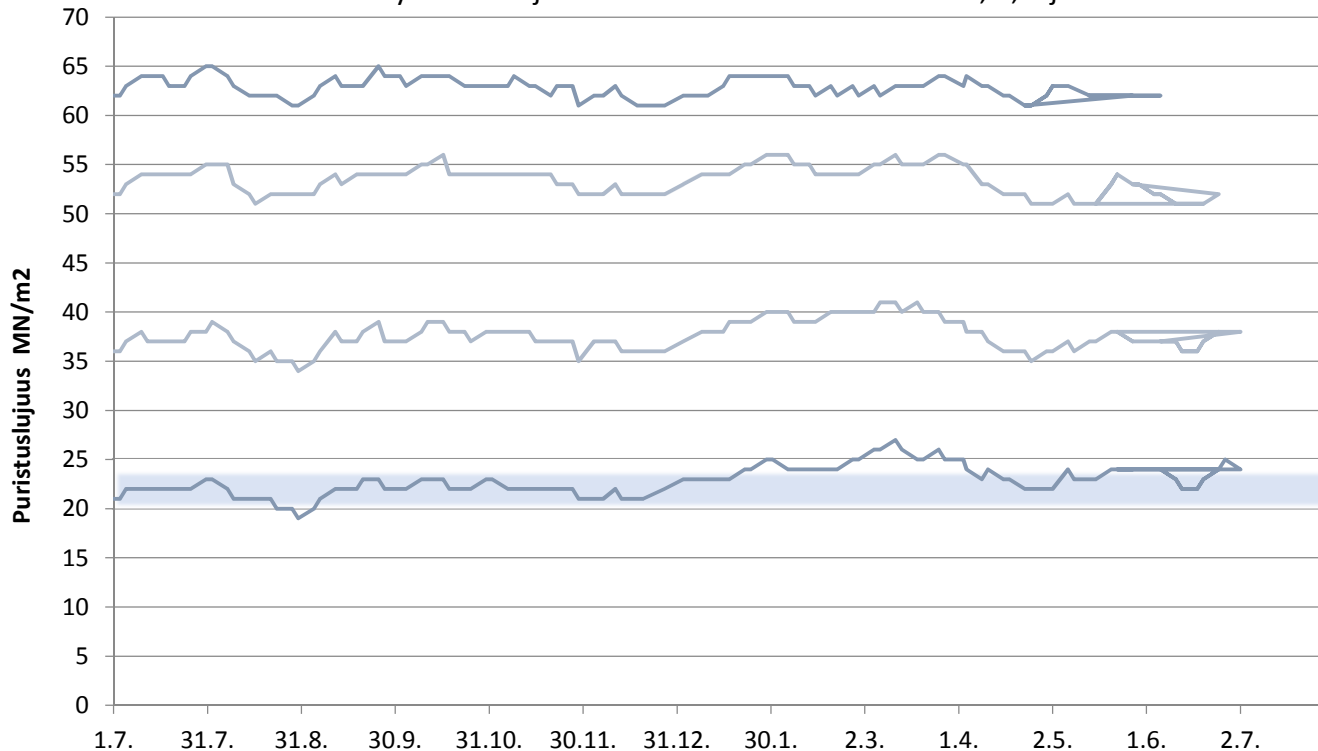


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

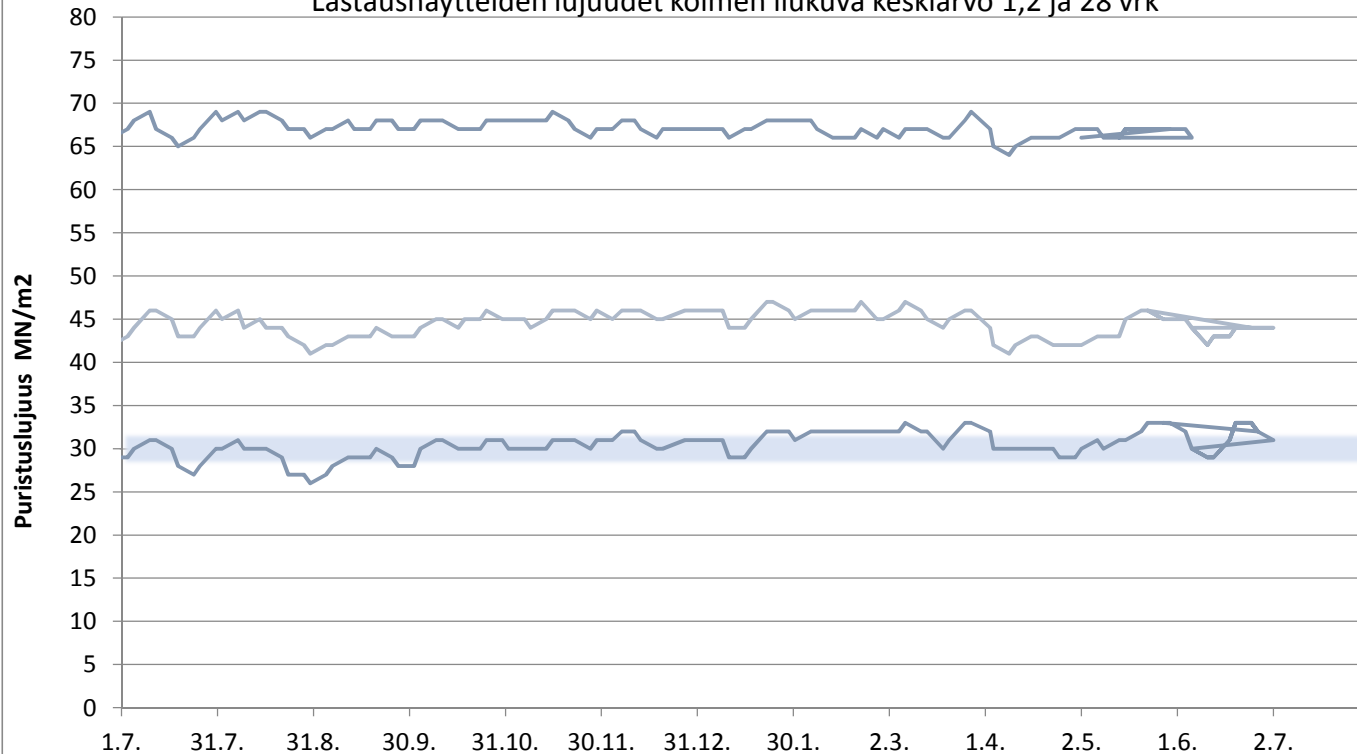


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

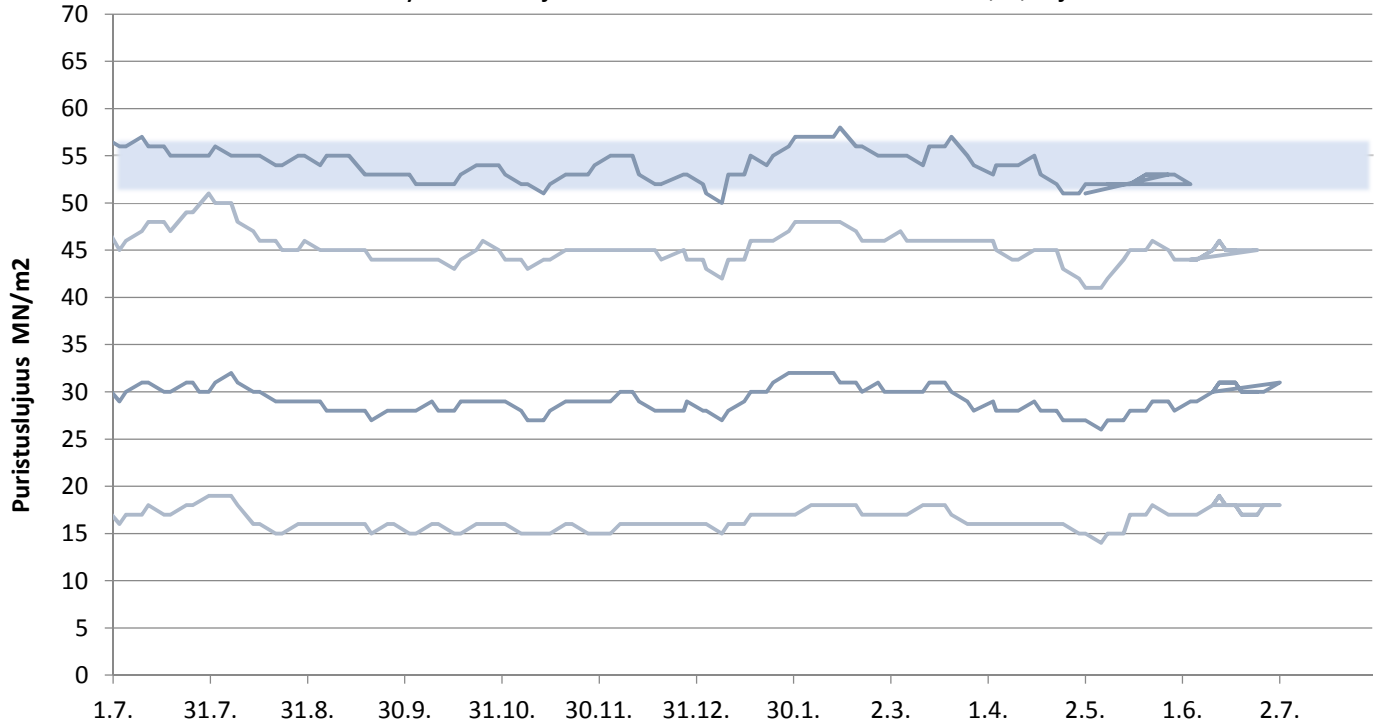


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

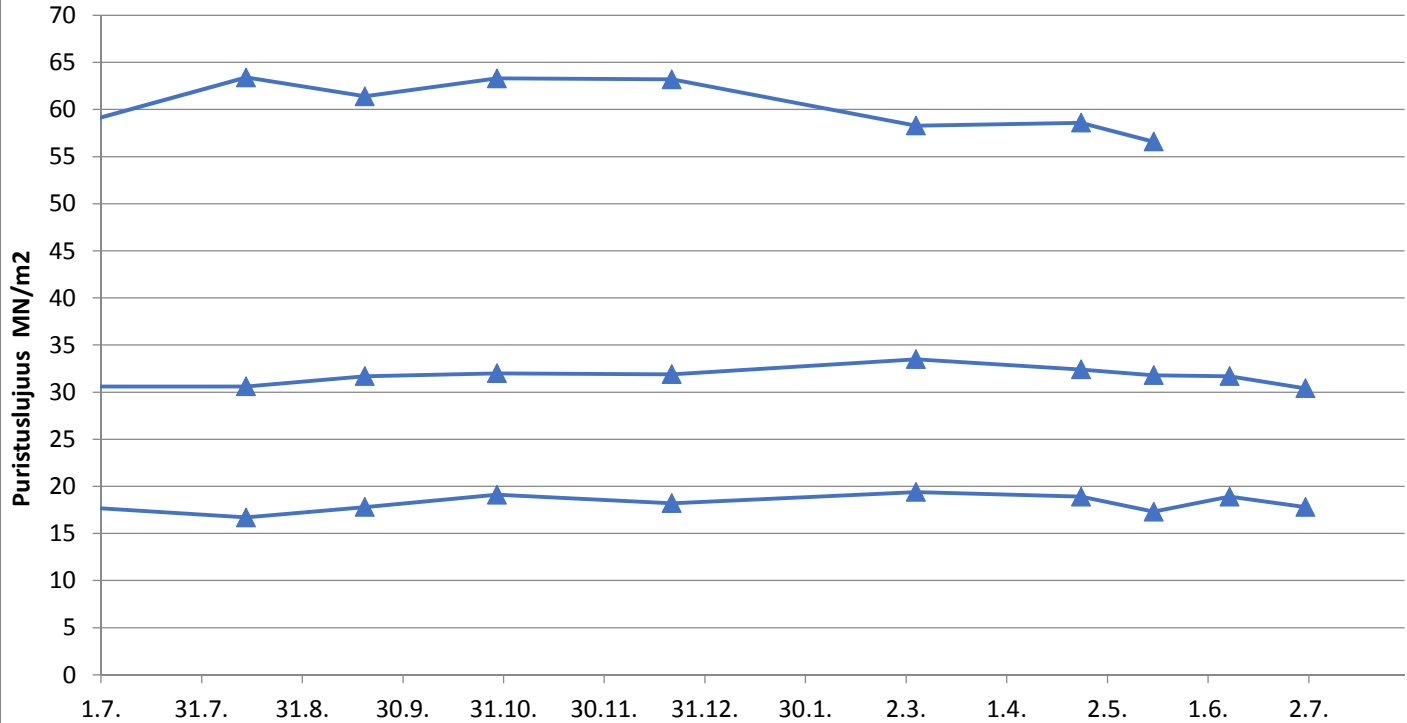


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

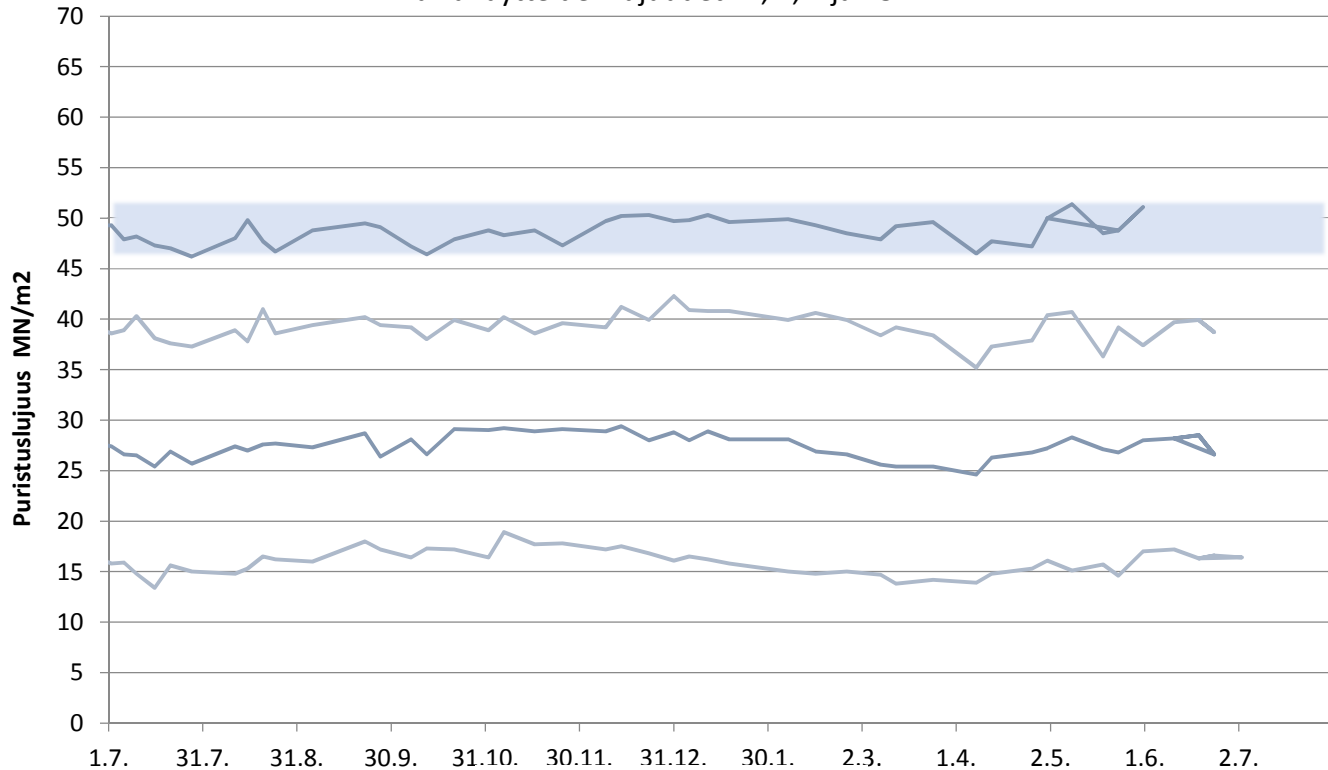


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

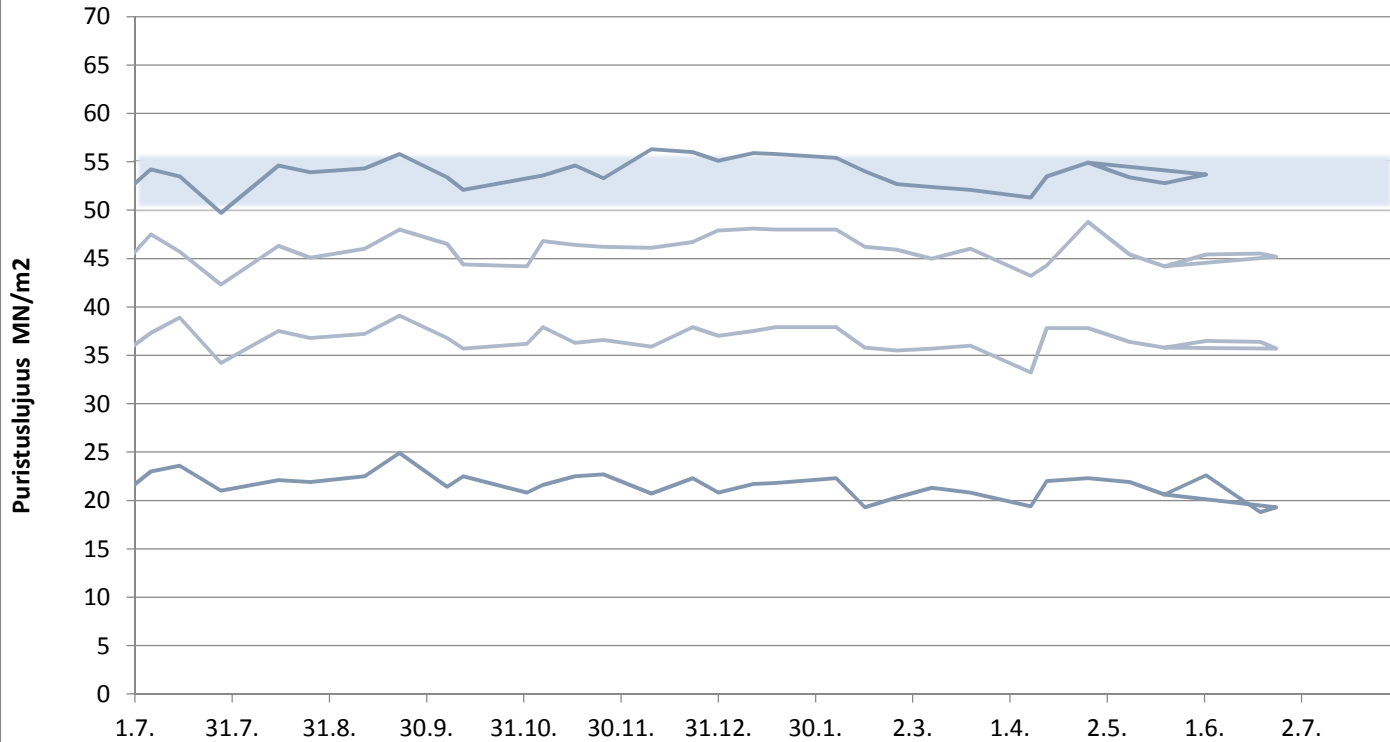


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

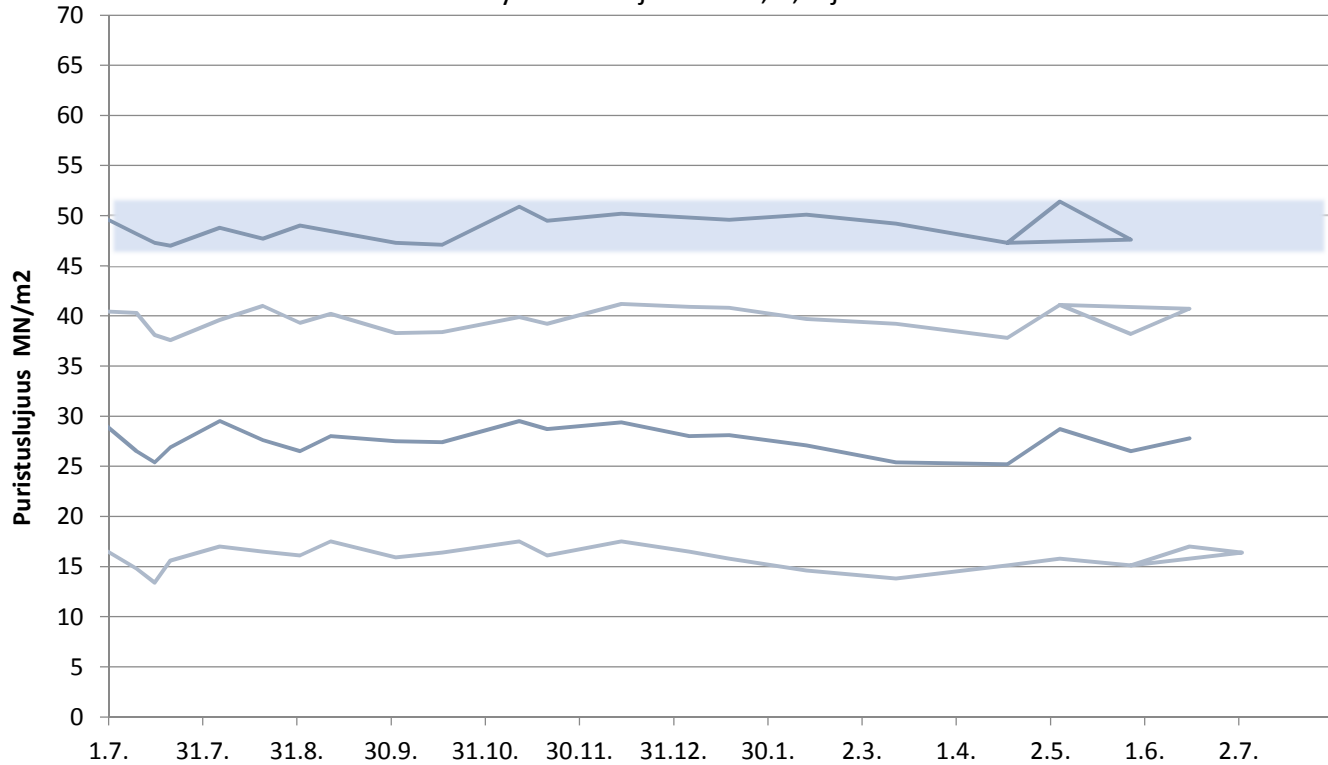


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

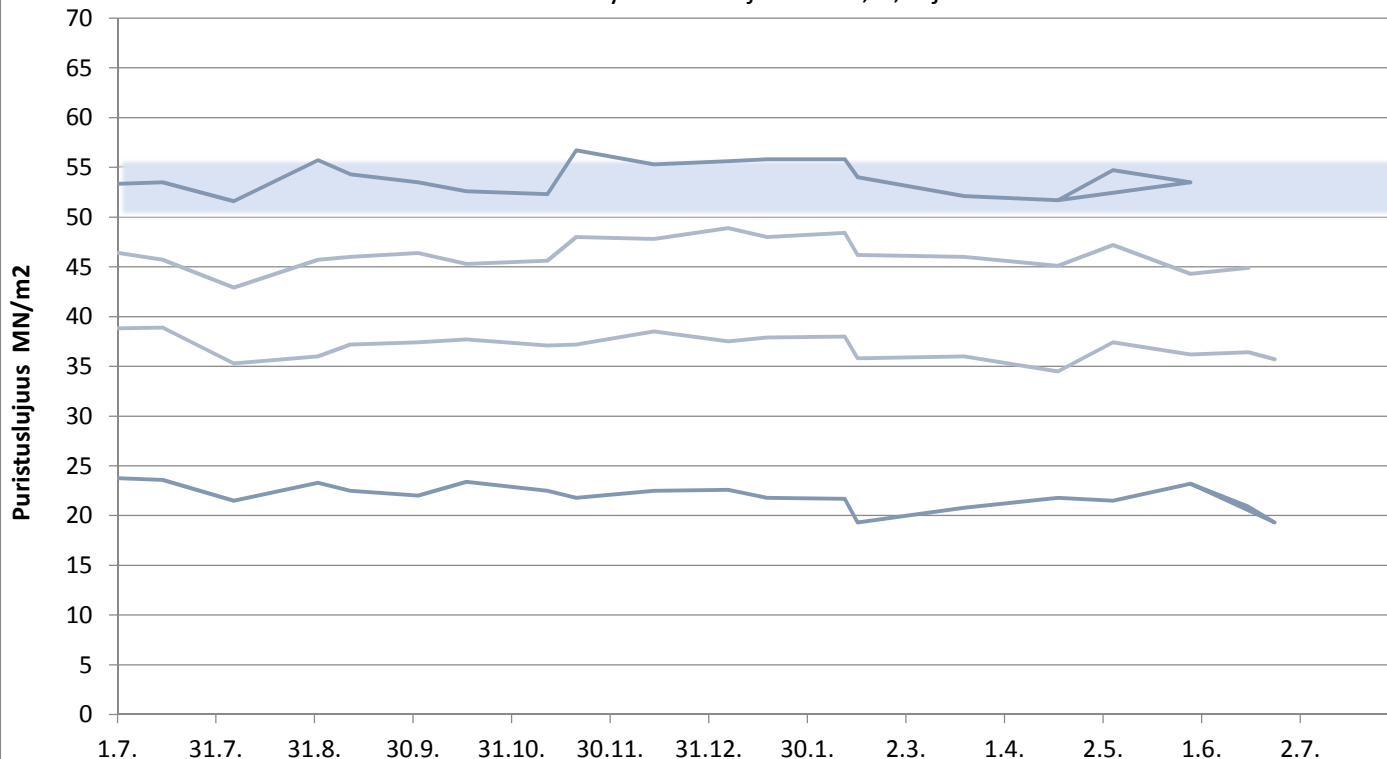


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

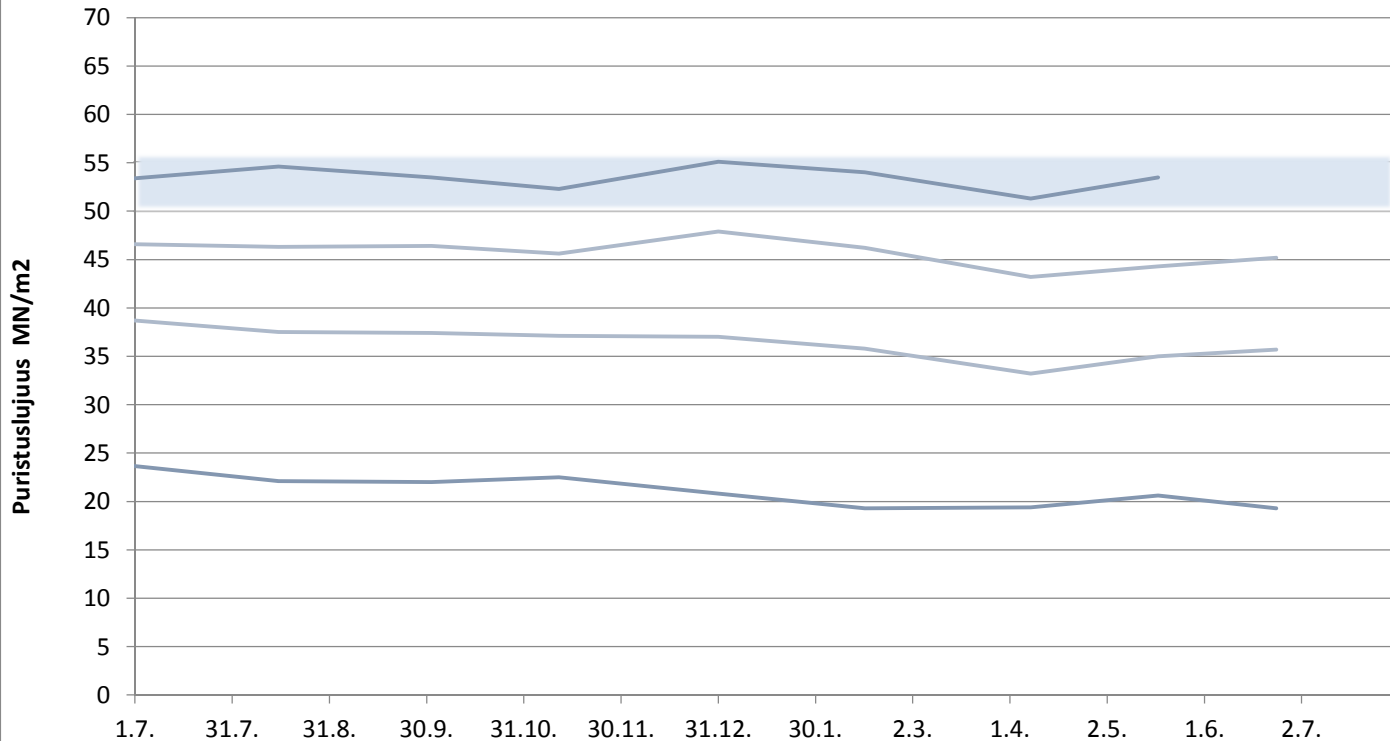


FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

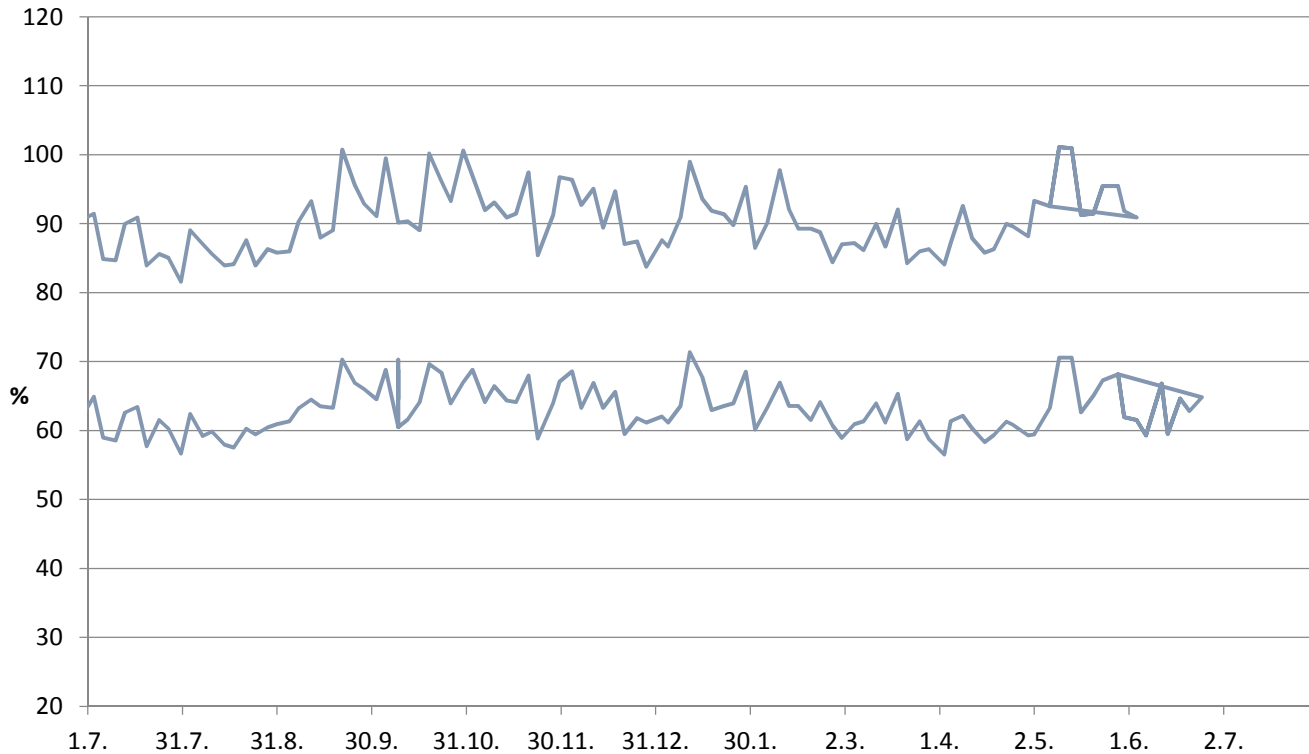

FINNSEMENTTI

päivitetty 6.7.2018