

# Laatuinformaatio vko 28

pvm:

13.7.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia



## Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	02.07.	27	27.06.	40	06.06.	51				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	04.07.	28	02.07.	40	11.06.	53	470	33	8	16
	09.07.	28	04.07.	40	13.06.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsmentti	04.07.	22	27.06.	46	06.06.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	09.07.	22	02.07.	45	11.06.	54	470	31	8	2
	11.07.	21	04.07.	45	13.06.	53				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti	04.07.	32	02.07.	44	06.06.	60				
CEM I 52.5 R	09.07.	31	04.07.	44	11.06.	60	560	32	4	0
	11.07.	30	09.07.	44	13.06.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.07.	24	04.07.	61	02.04.	73	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

## Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	02.07.	25	27.06.	40	06.06.	50				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	04.07.	25	02.07.	40	11.06.	51	470	34	14	9
	09.07.	25	04.07.	39	13.06.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsmentti	02.07.	24	27.06.	54	30.05.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	04.07.	24	02.07.	53	04.06.	62	510	31	7	0
	09.07.	24	04.07.	52	06.06.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti	04.07.	30	02.07.	44	06.06.	66				
CEM I 52.5 R	09.07.	30	04.07.	43	11.06.	65	520	32	3	0
	11.07.	30	09.07.	43	13.06.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	02.07.	31	25.06.	45	04.06.	52				
CEM I 42.5 N - SR3	04.07.	31	27.06.	46	06.06.	53	370	22	3	0
	09.07.	31	02.07.	46	11.06.	53				

## Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	01.07.	18	01.07.	30	16.05.	57	410	33	3.5	0
CEM I 52.5 N										

## Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m <sup>2</sup> /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
02.07.	395		25.06.	64 %	04.06.	93 %
05.07.	389		28.06.	63 %	07.06.	89 %
09.07.	393		02.07.	61 %	12.06.	90 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

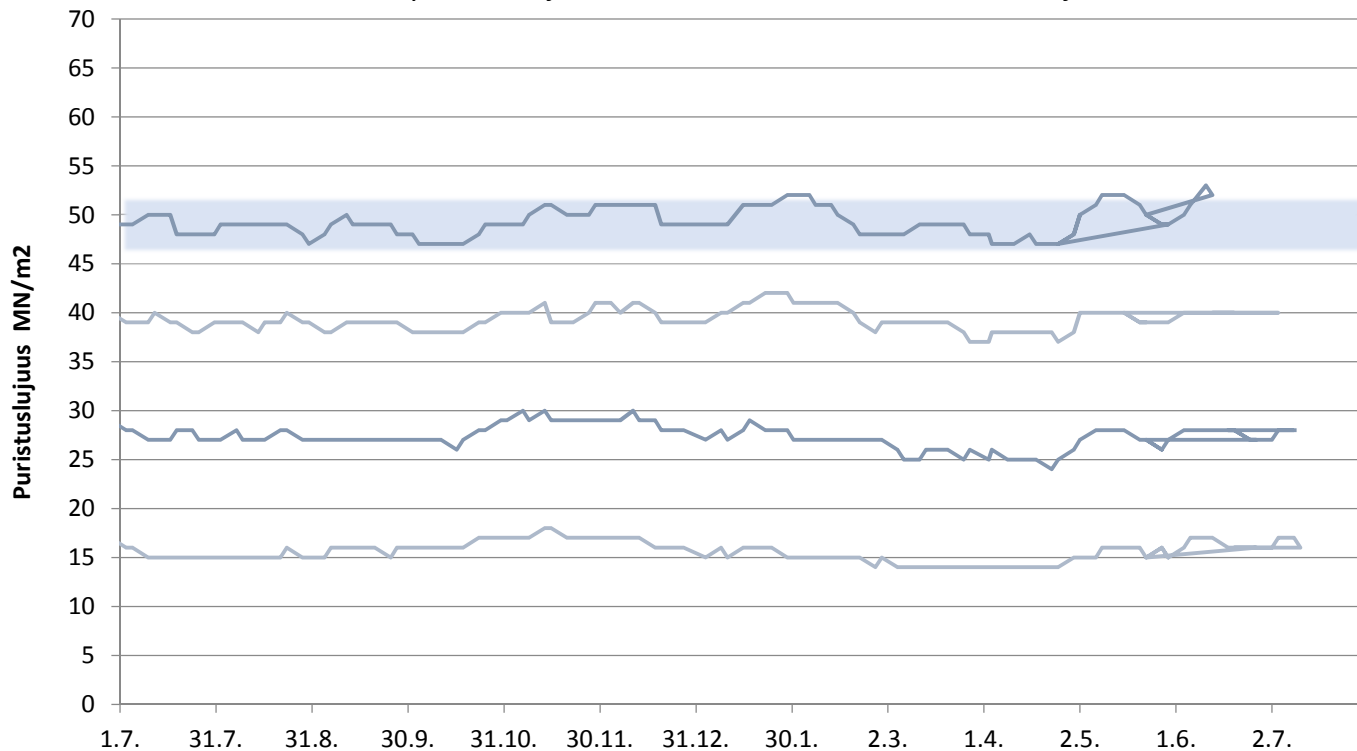


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

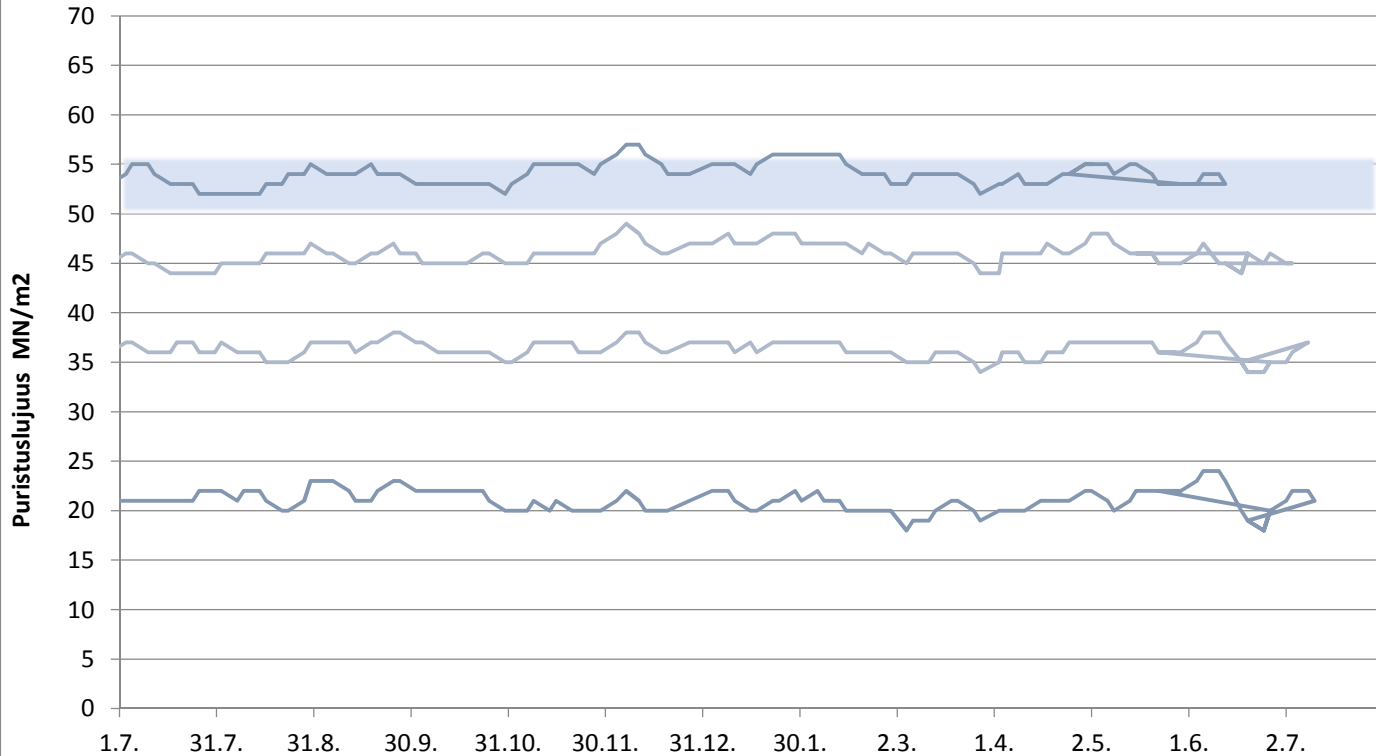


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

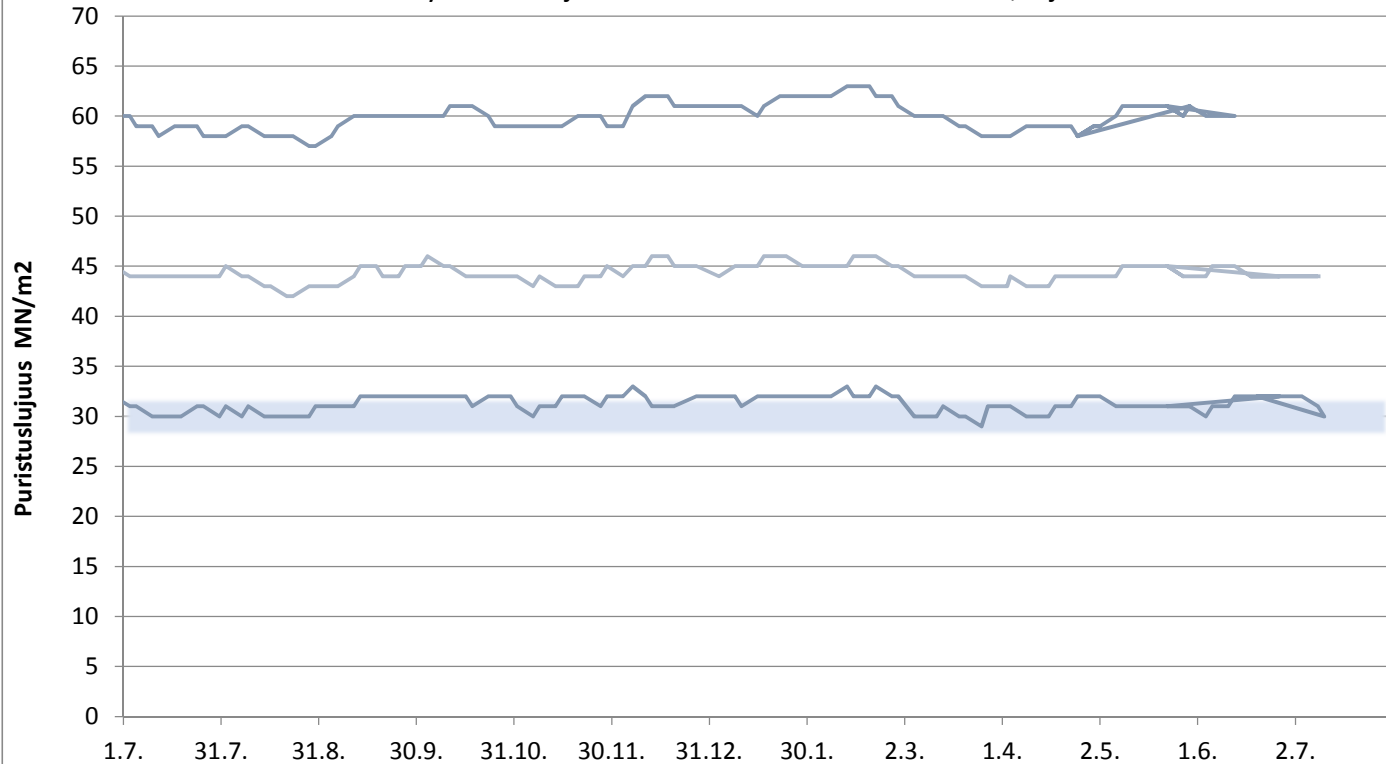


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

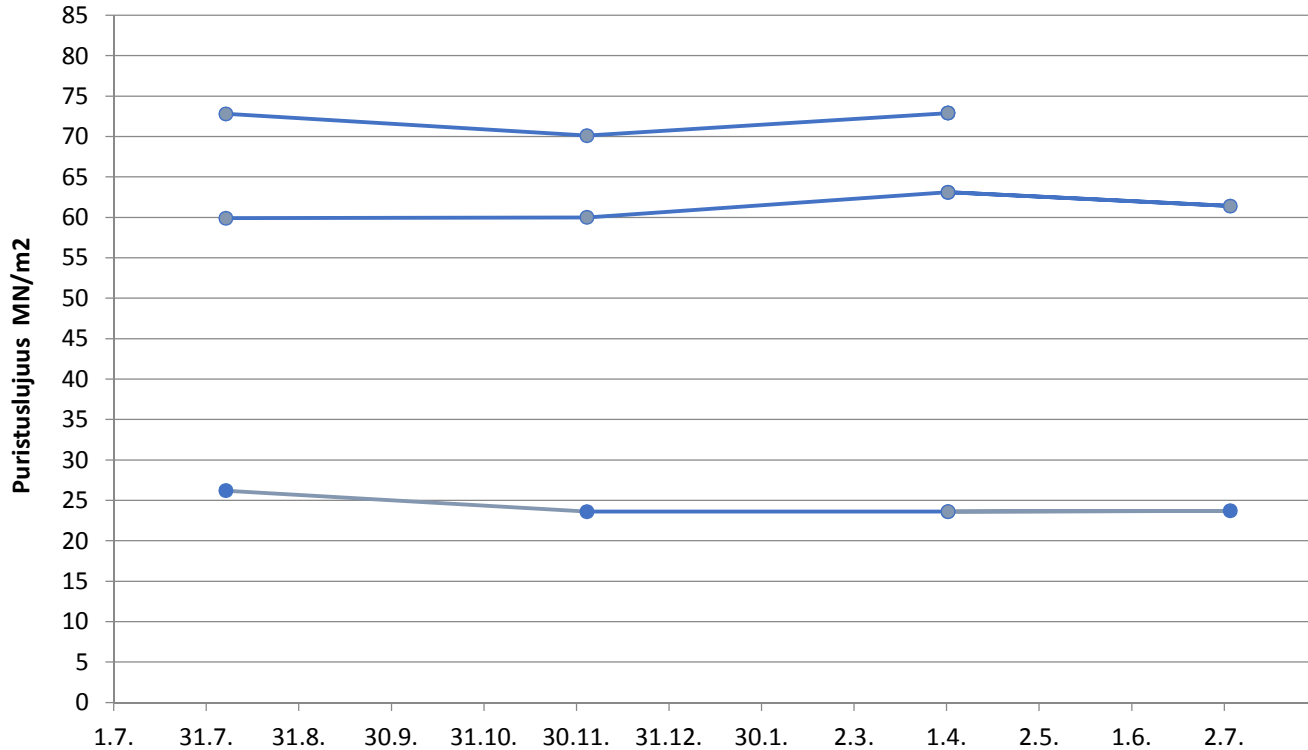


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

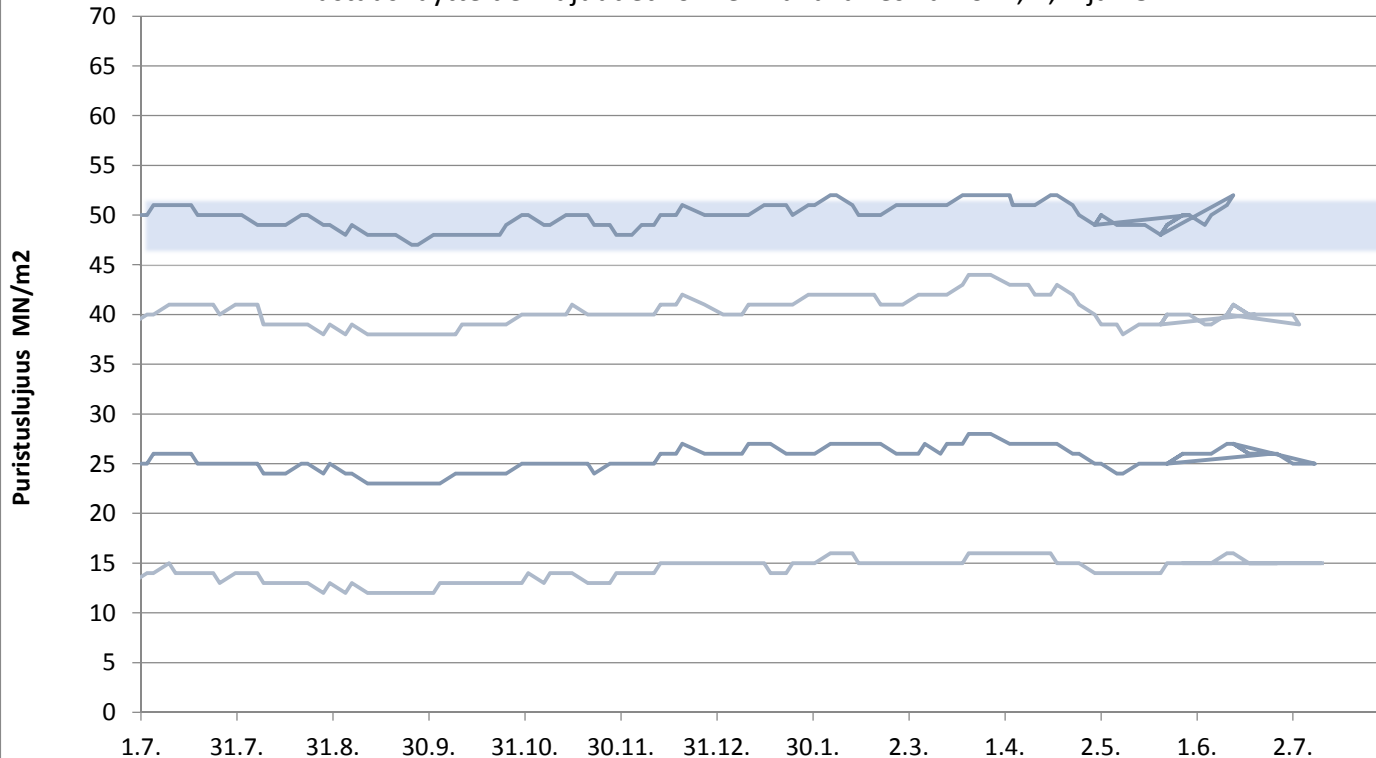


päivitetty 13.7.2018



FINNSEMENTTI

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

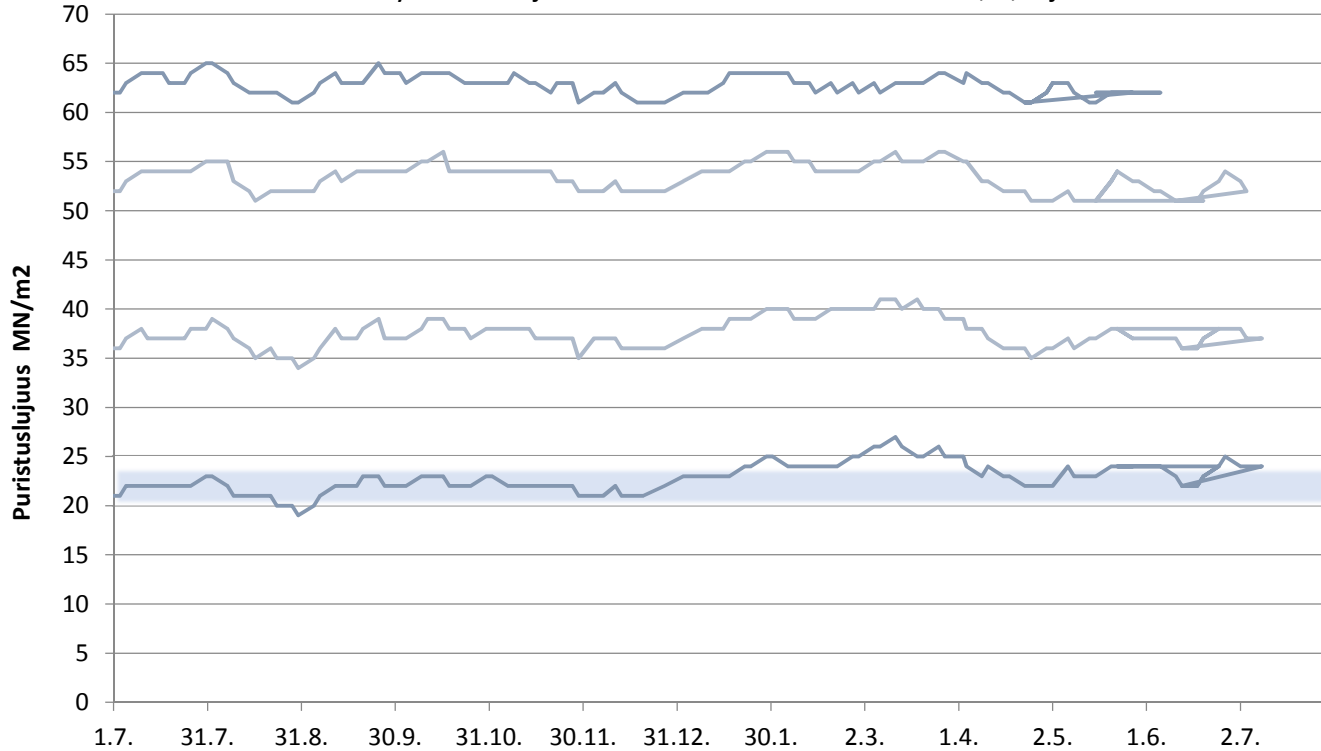


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

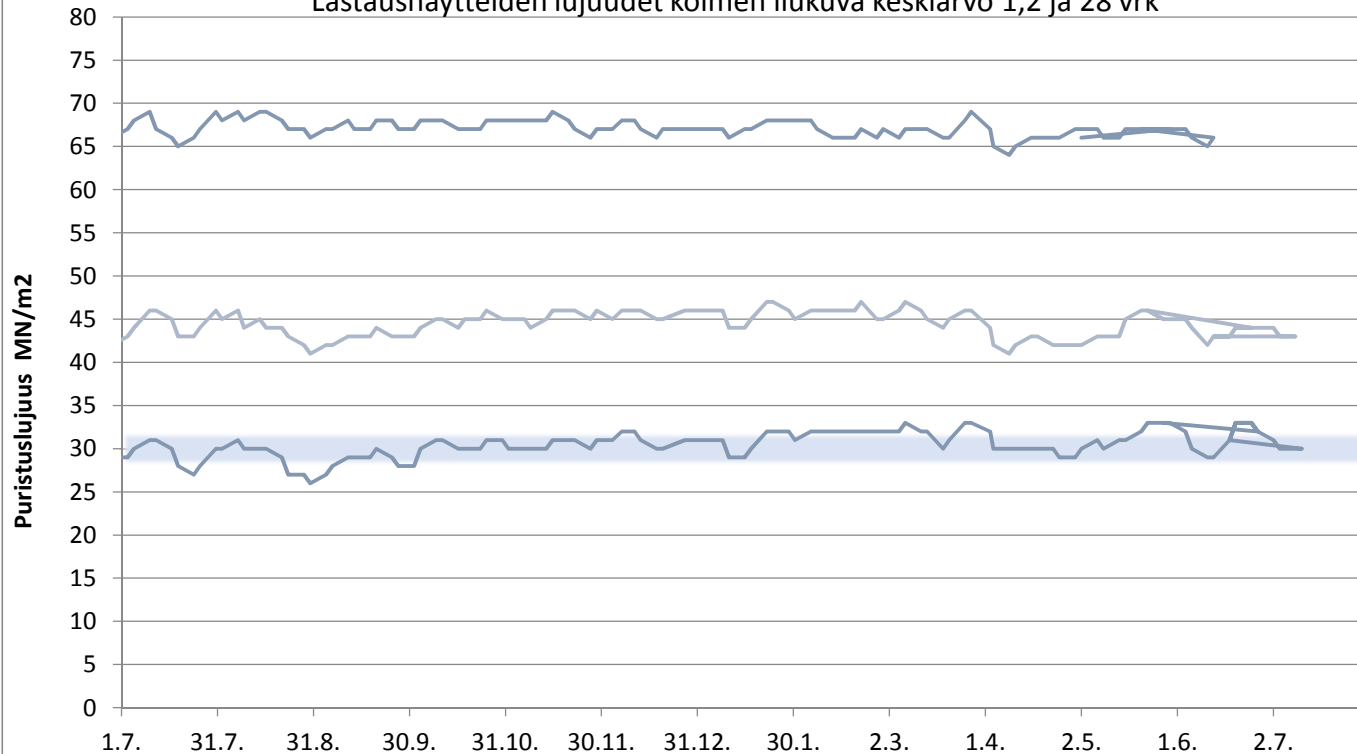


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018



# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

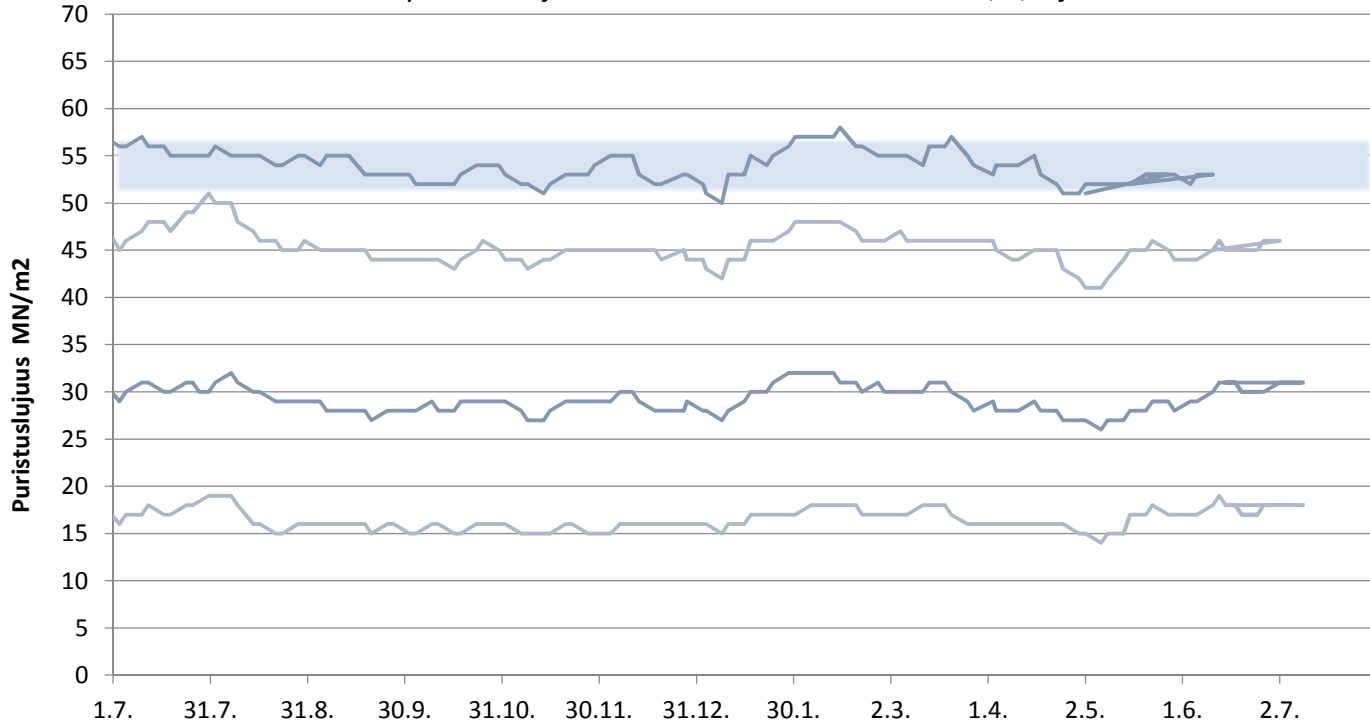


**FINNSEMENTTI**

päivitetty 13.7.2018

# Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

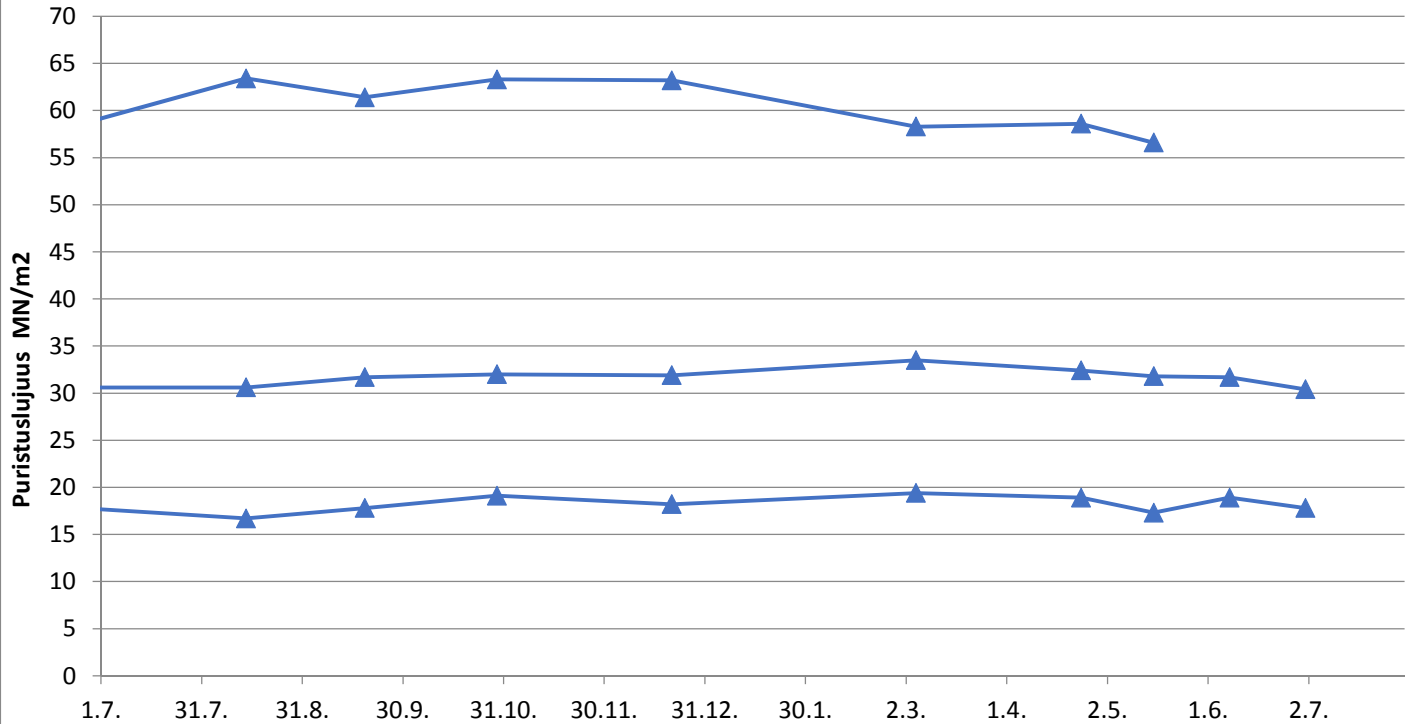


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

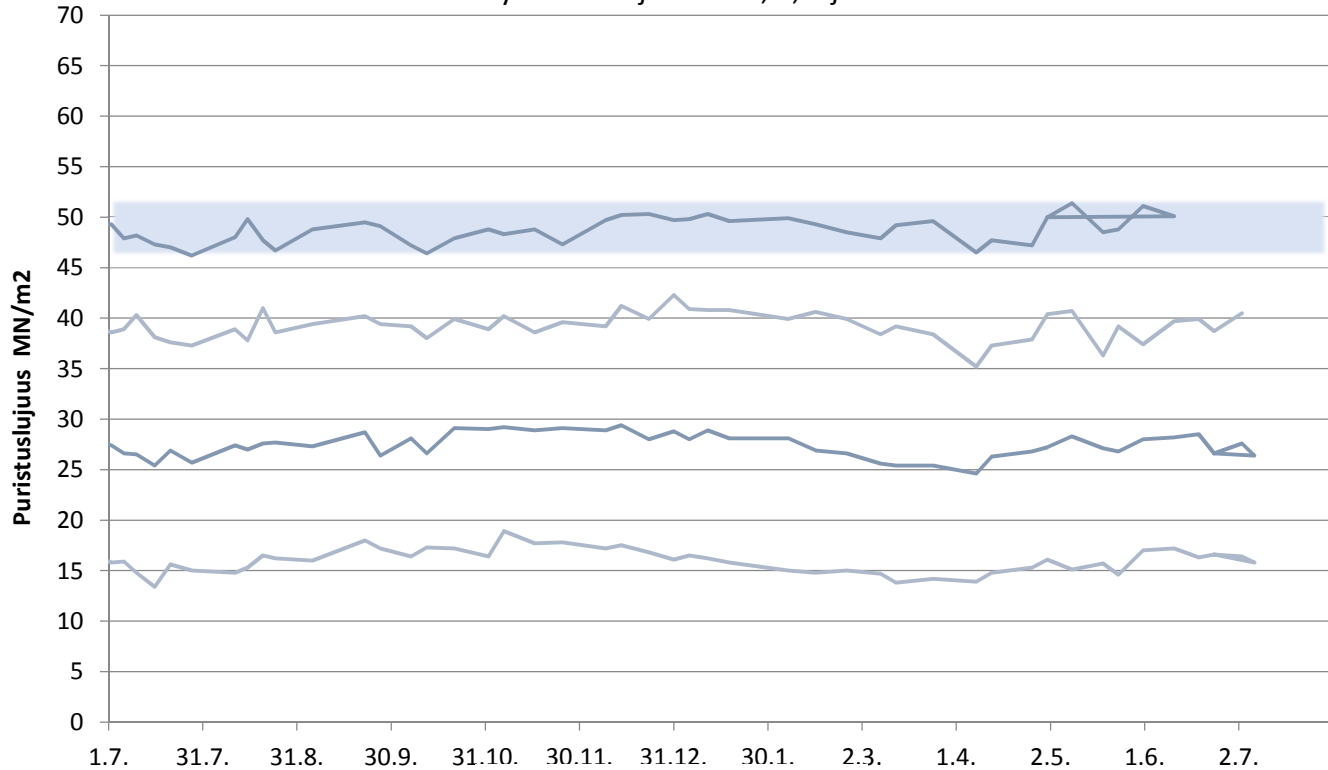


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

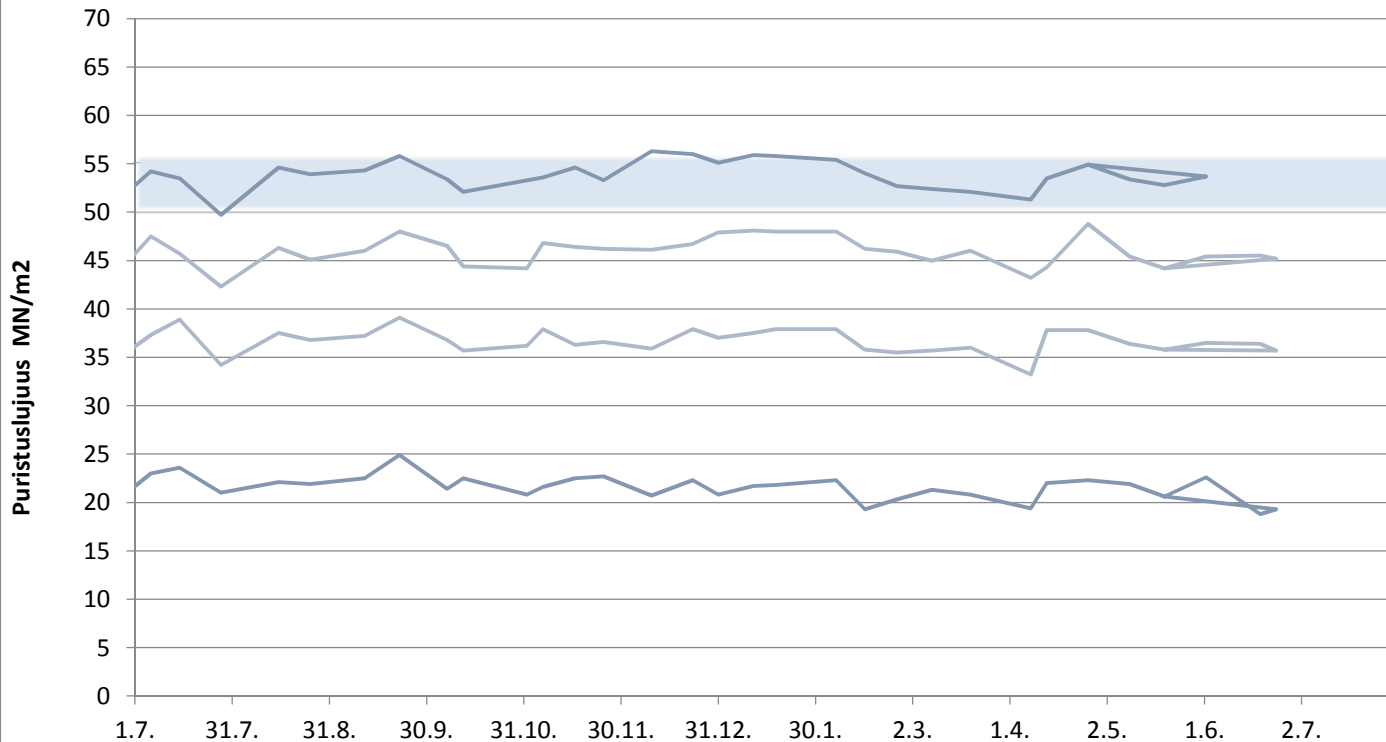


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

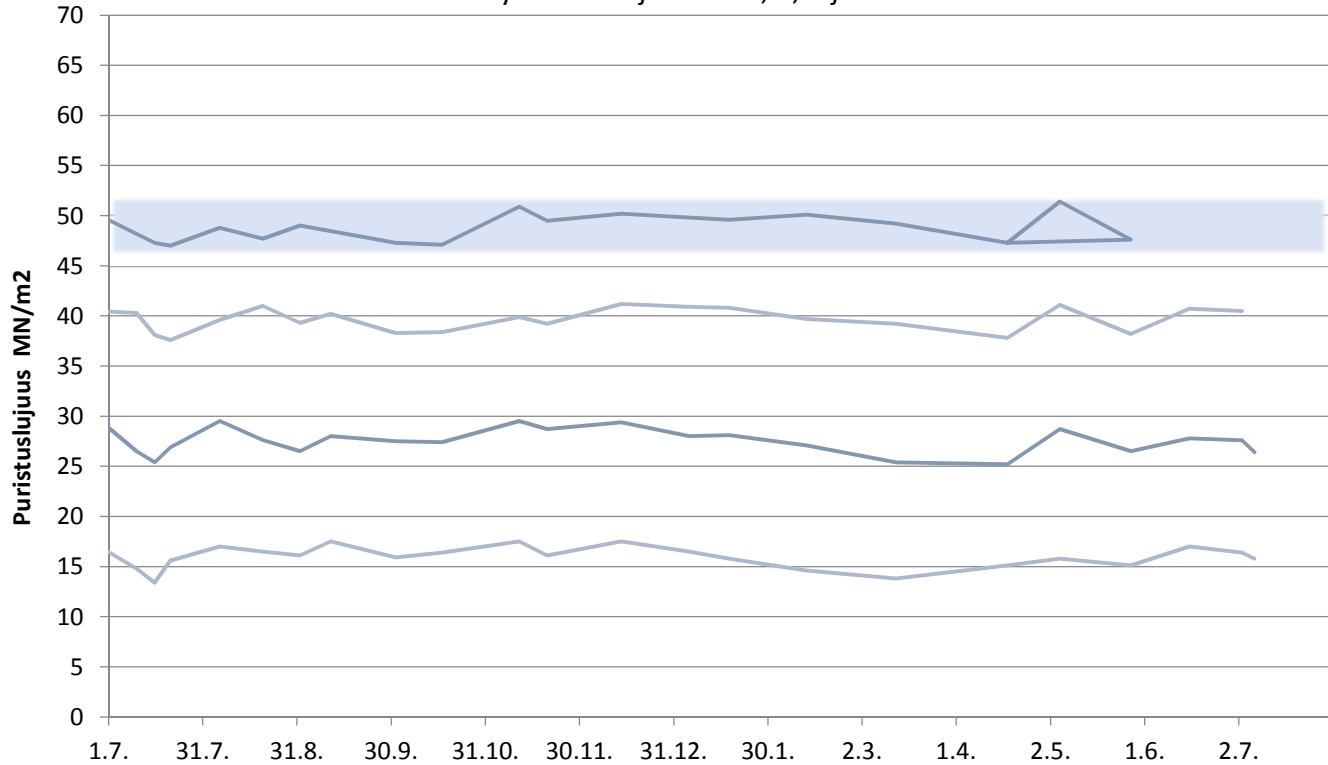


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

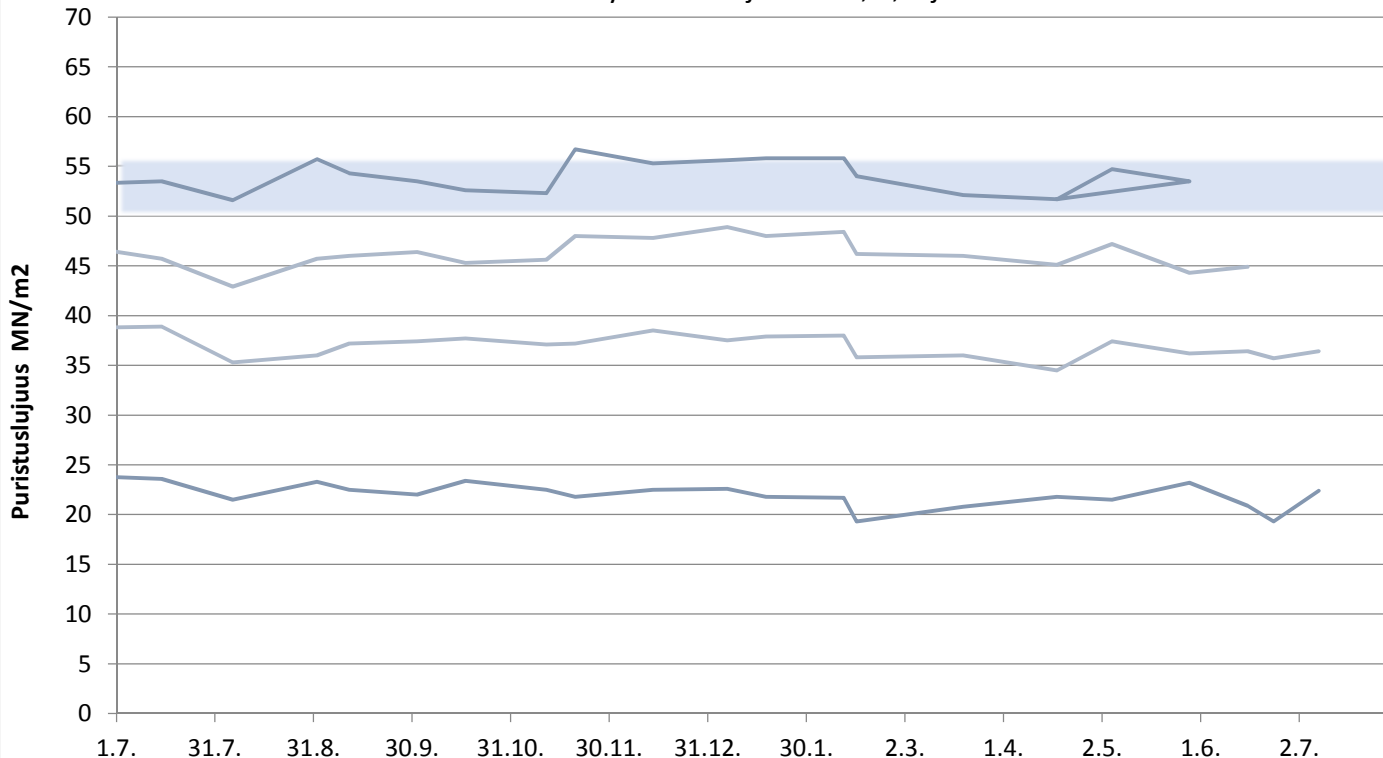


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

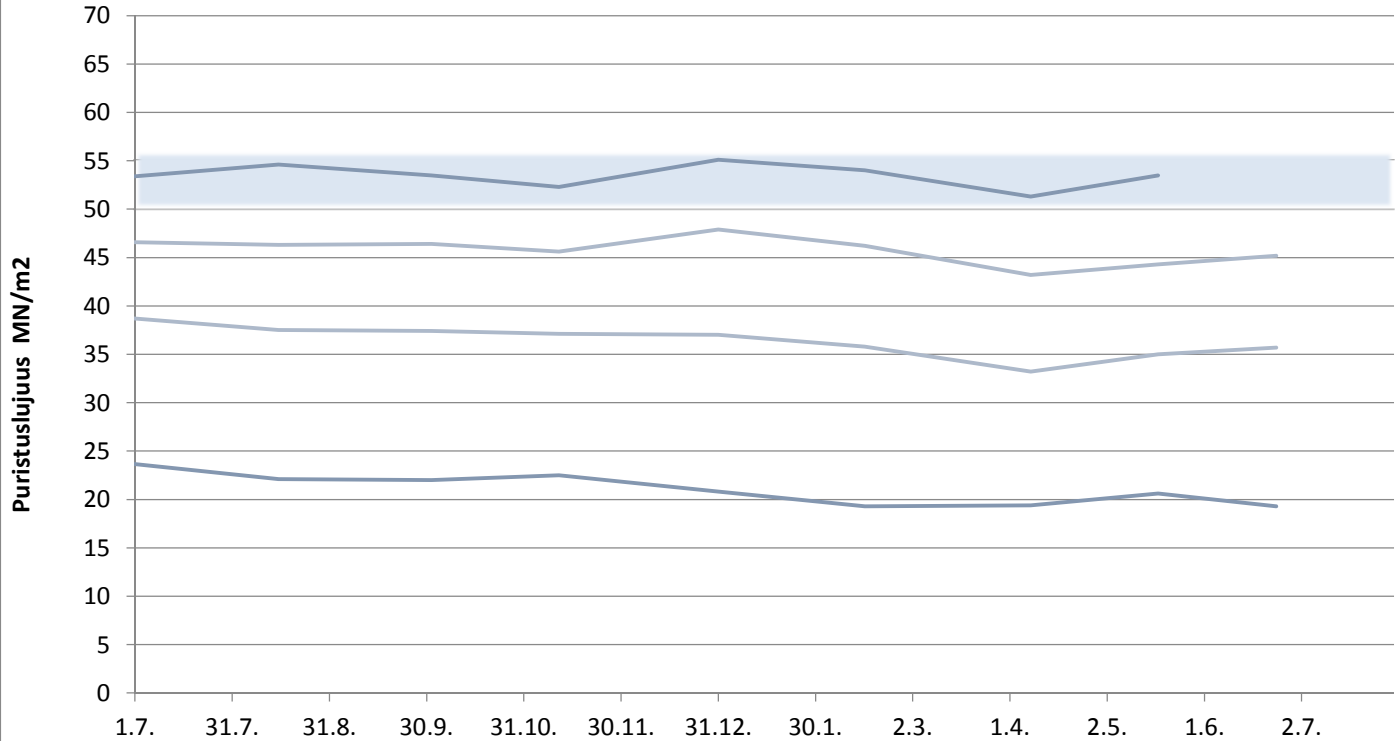


FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

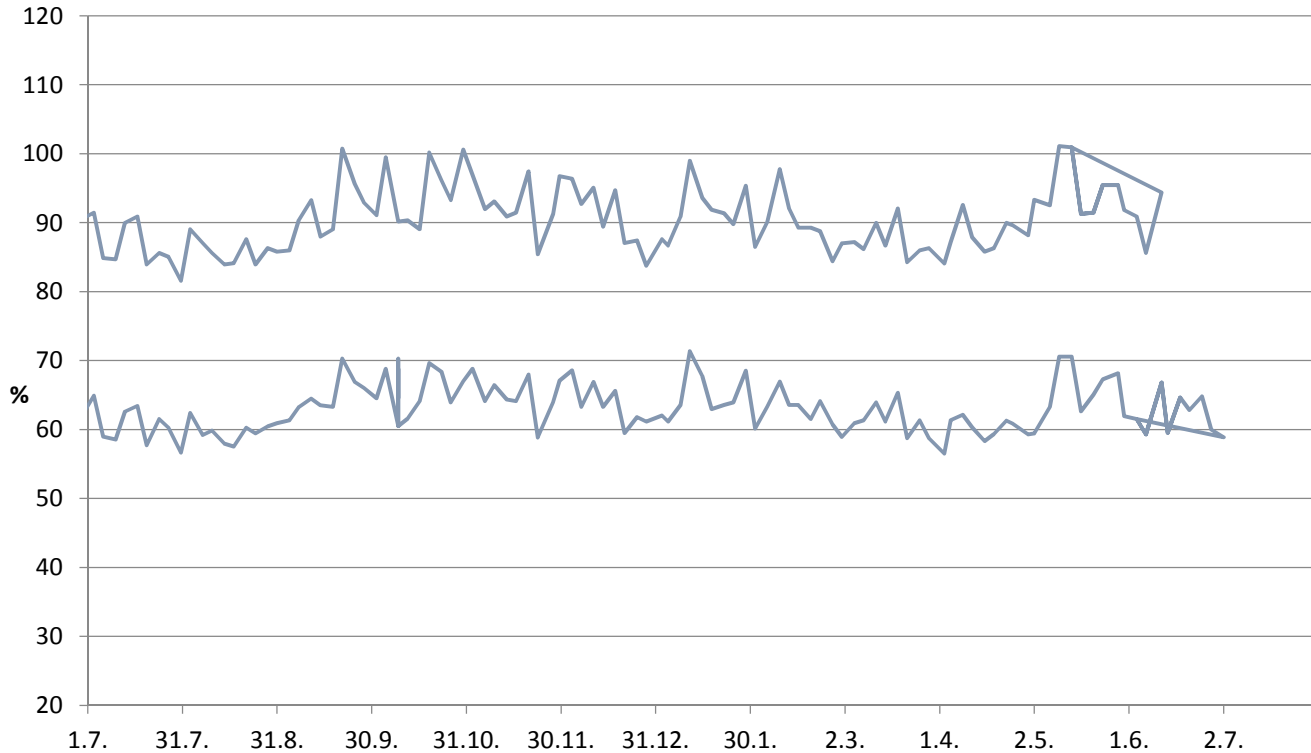

FINNSEMENTTI

päivitetty 13.7.2018