

Laatuinformaatio vko 30

pvm:

27.7.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia



Parainen

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	7 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	16.07.	27	11.07.	39	20.06.	51	460	33	8	16
	18.07.	27	16.07.	39	25.06.	51				
	23.07.	27	18.07.	38	27.06.	50				
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	18.07.	23	11.07.	45	20.06.	53	470	31	8	2
	23.07.	23	16.07.	44	25.06.	53				
	25.07.	23	18.07.	44	27.06.	53				
Pikasementti CEM I 52.5 R	18.07.	30	16.07.	44	18.06.	60	550	32	4	0
	23.07.	31	18.07.	44	25.06.	60				
	25.07.	31	23.07.	44	27.06.	60				
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	04.07.	24	04.07.	61	02.04.	73	400	80	0	0

Lappeenranta

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	7 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Plussementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	16.07.	25	11.07.	40	20.06.	51	460	34	14	9
	18.07.	26	16.07.	40	25.06.	50				
	23.07.	25	18.07.	40	27.06.	50				
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	16.07.	25	11.07.	54	20.06.	61	520	31	8	0
	18.07.	25	16.07.	54	25.06.	62				
	23.07.	25	18.07.	54	27.06.	63				
Pikasementti CEM I 52.5 R	18.07.	32	16.07.	44	20.06.	67	570	32	3	0
	23.07.	33	18.07.	46	25.06.	67				
	25.07.	33	23.07.	46	27.06.	67				
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	16.07.	33	09.07.	46	18.06.	54	380	22	3	0
	18.07.	34	11.07.	47	20.06.	53				
	23.07.	32	16.07.	48	25.06.	53				

Kantvik

	pvm MPa		pvm MPa		pvm MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	2 vrk	2 vrk	28 vrk	28 vrk	28 vrk				
Megasementti* CEM I 52.5 N	01.07.	18	01.07.	30	16.05.	57	410	33	3.5	0

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
12.07.	402		09.07.	58 %	18.06.	91 %
16.07.	405		12.07.	59 %	21.06.	89 %
19.07.	392		16.07.	61 %	25.06.	90 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

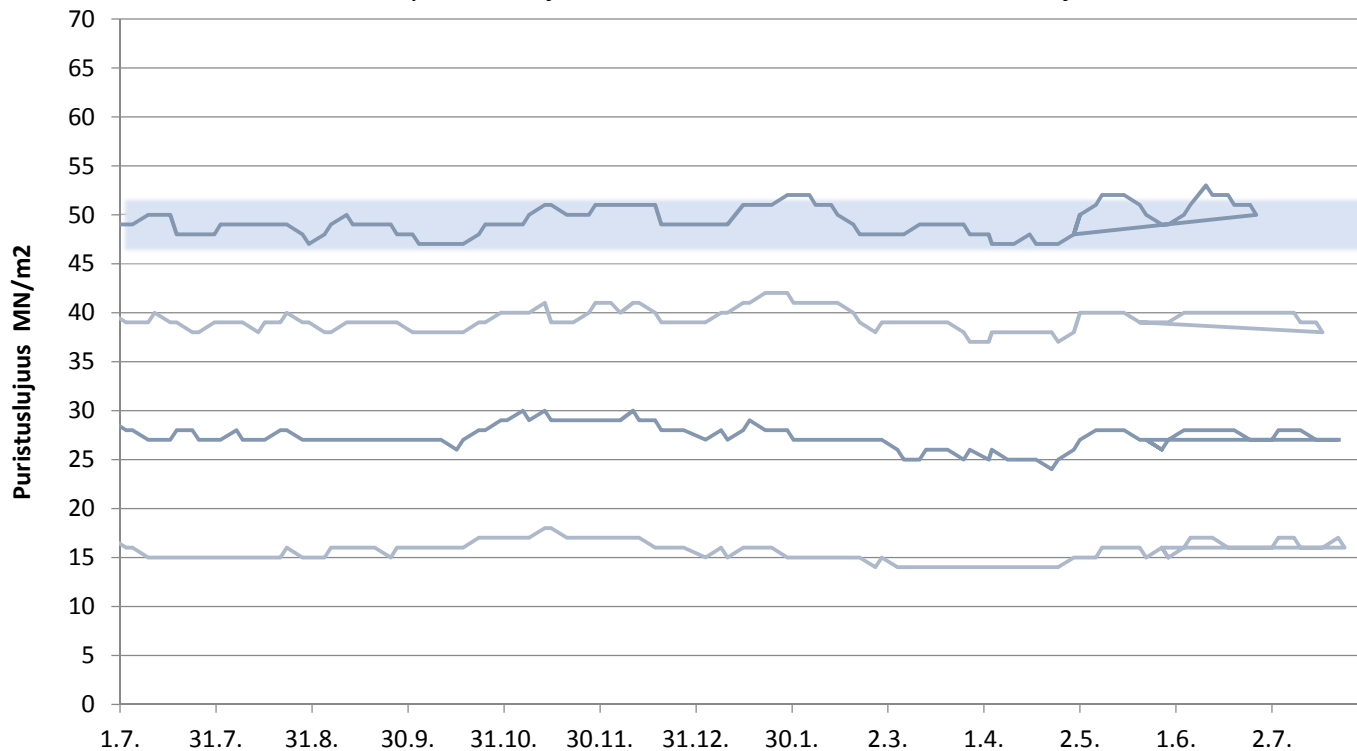


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

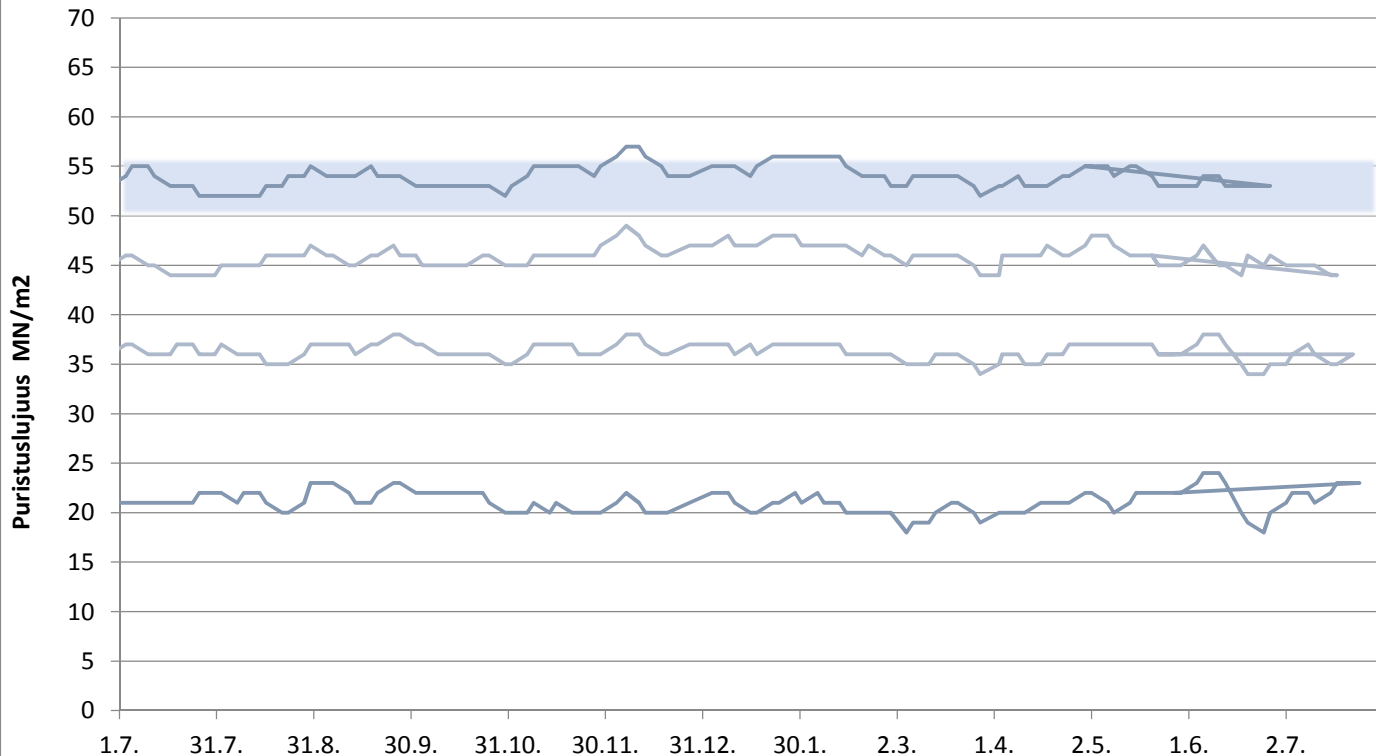


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

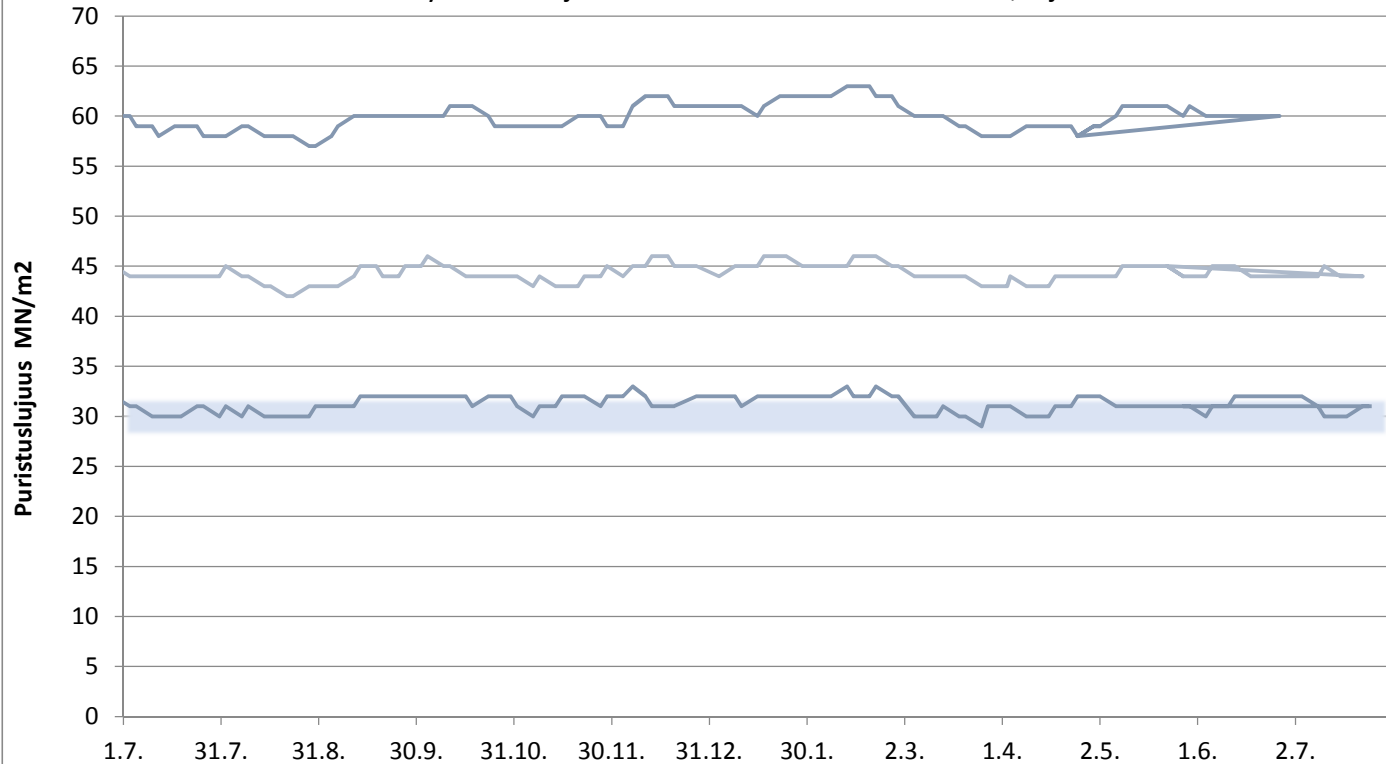


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

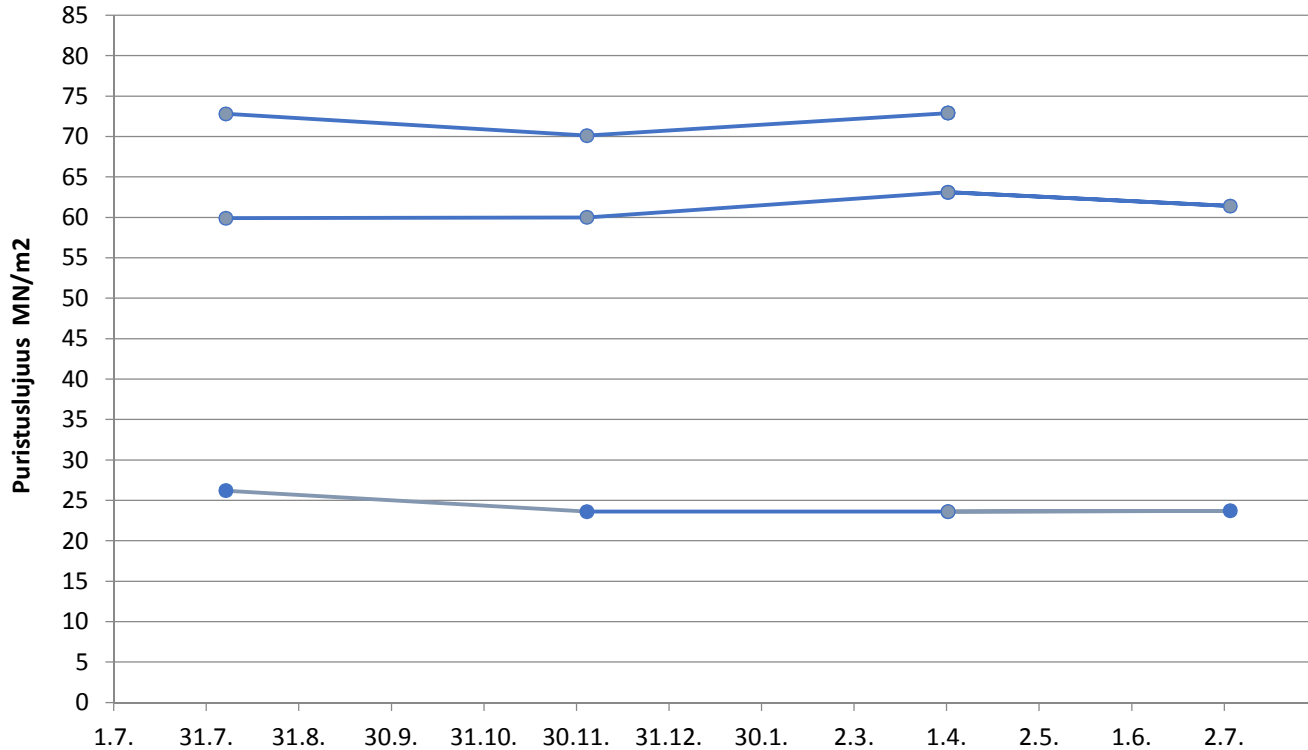


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

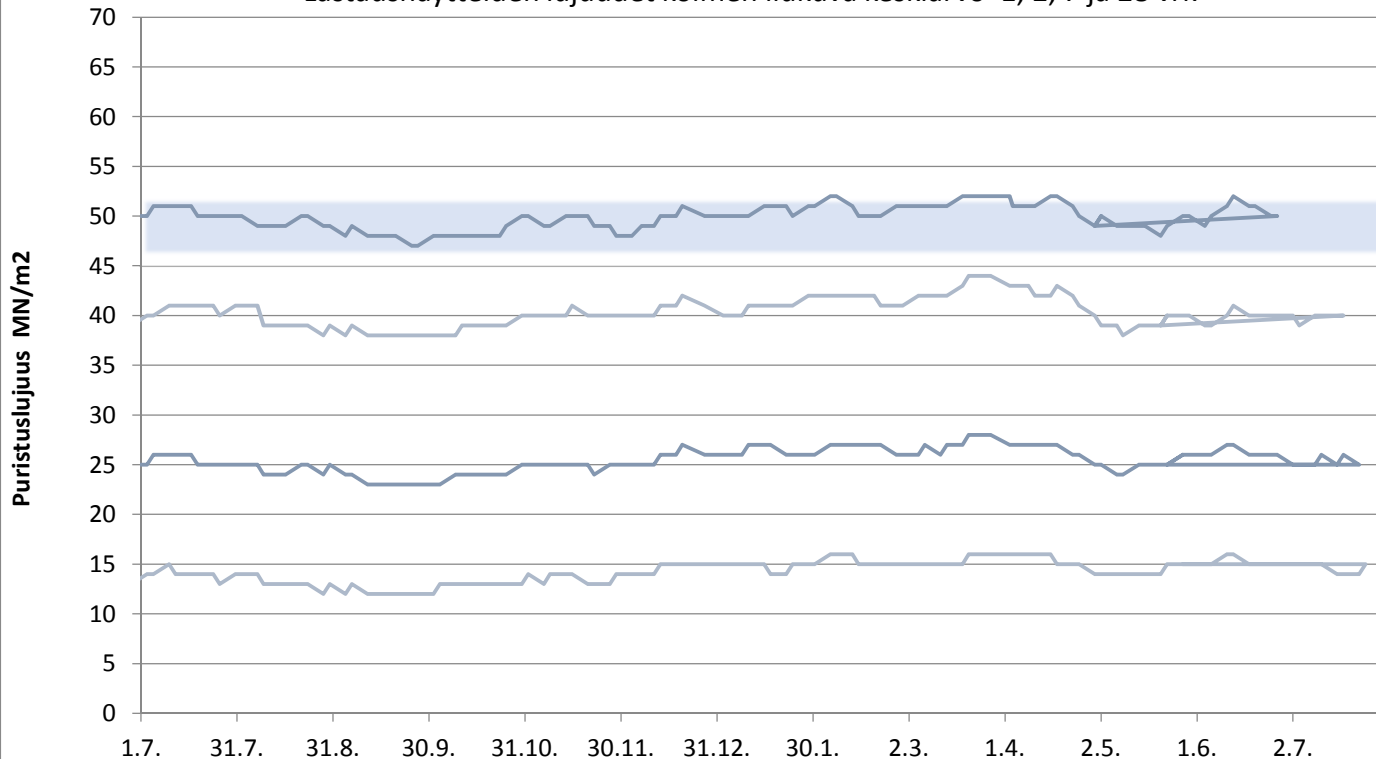


päivitetty 27.7.2018



FINNSEMENTTI

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

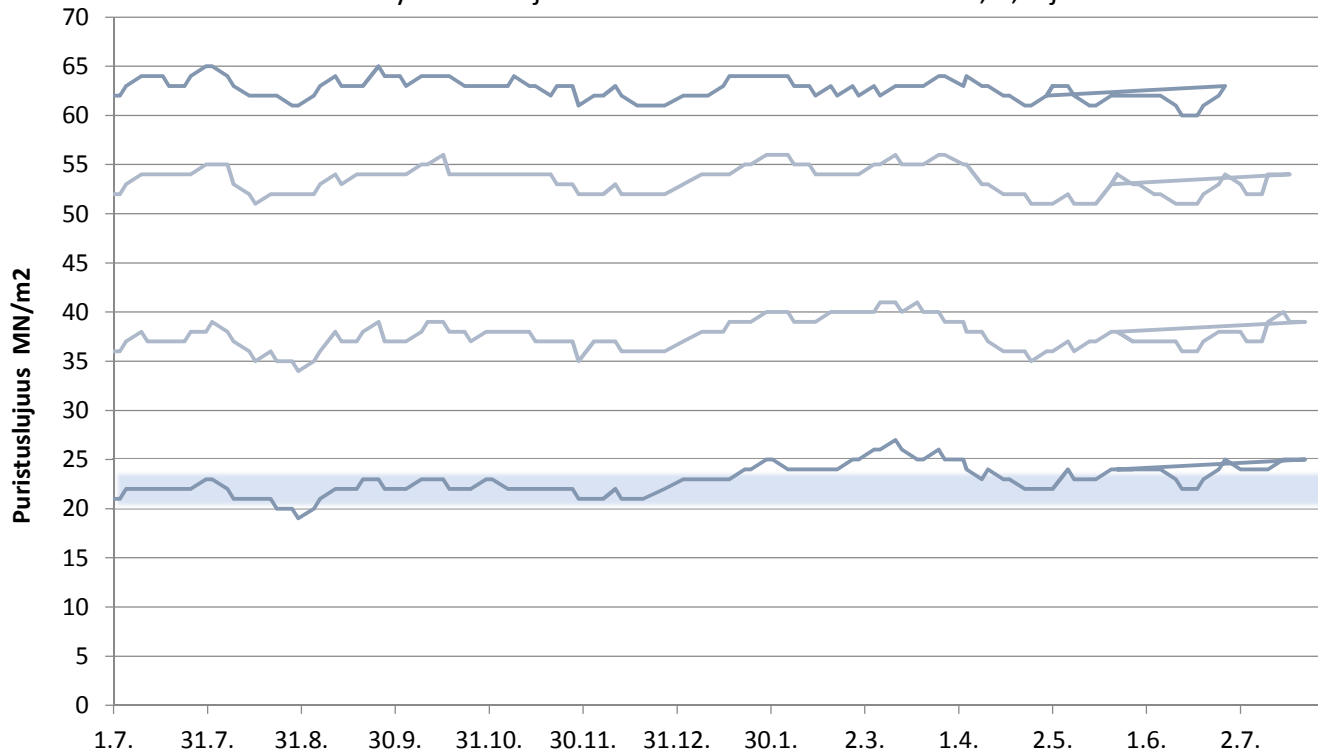


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

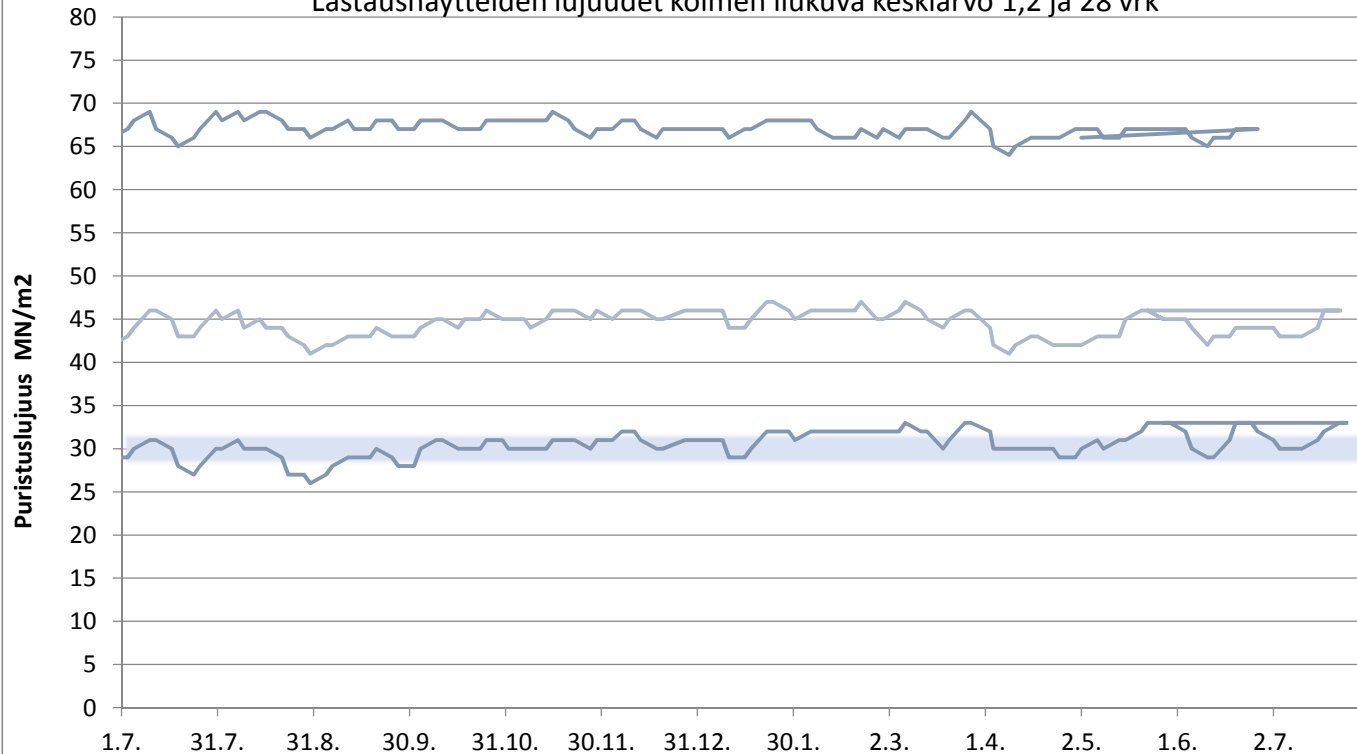


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

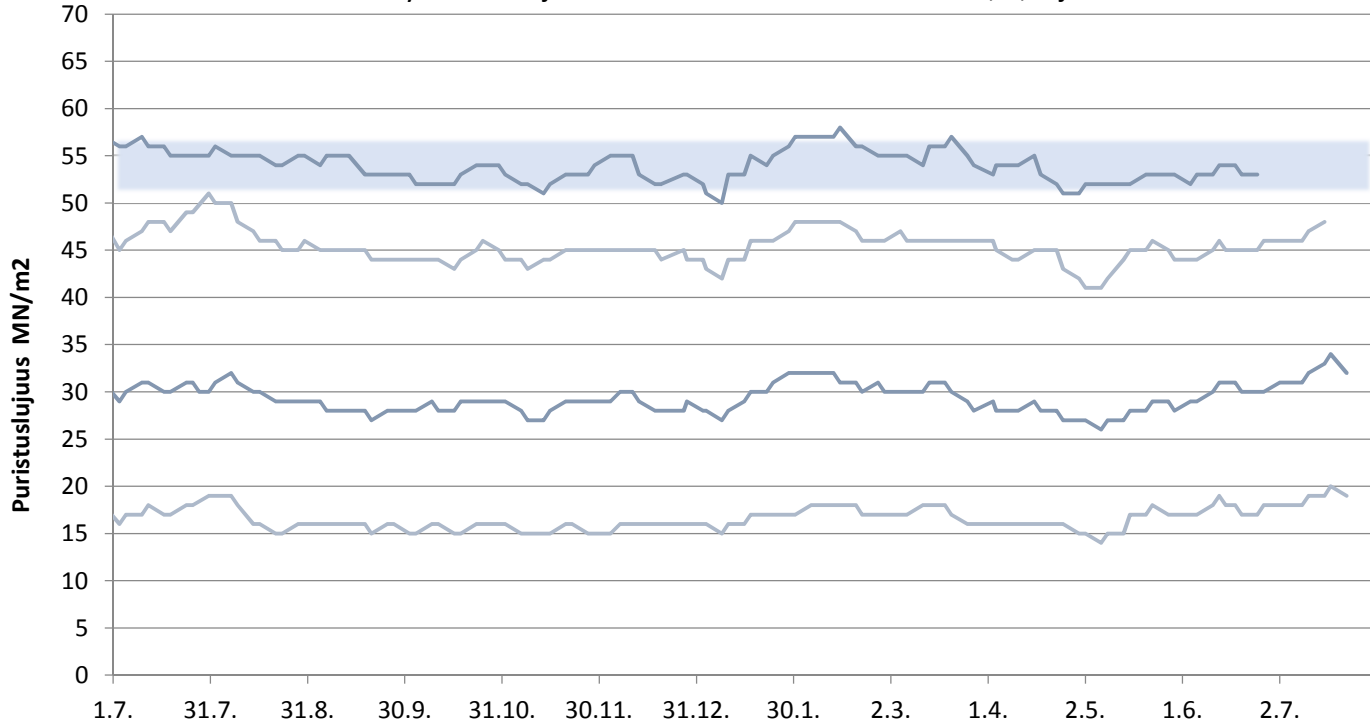


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

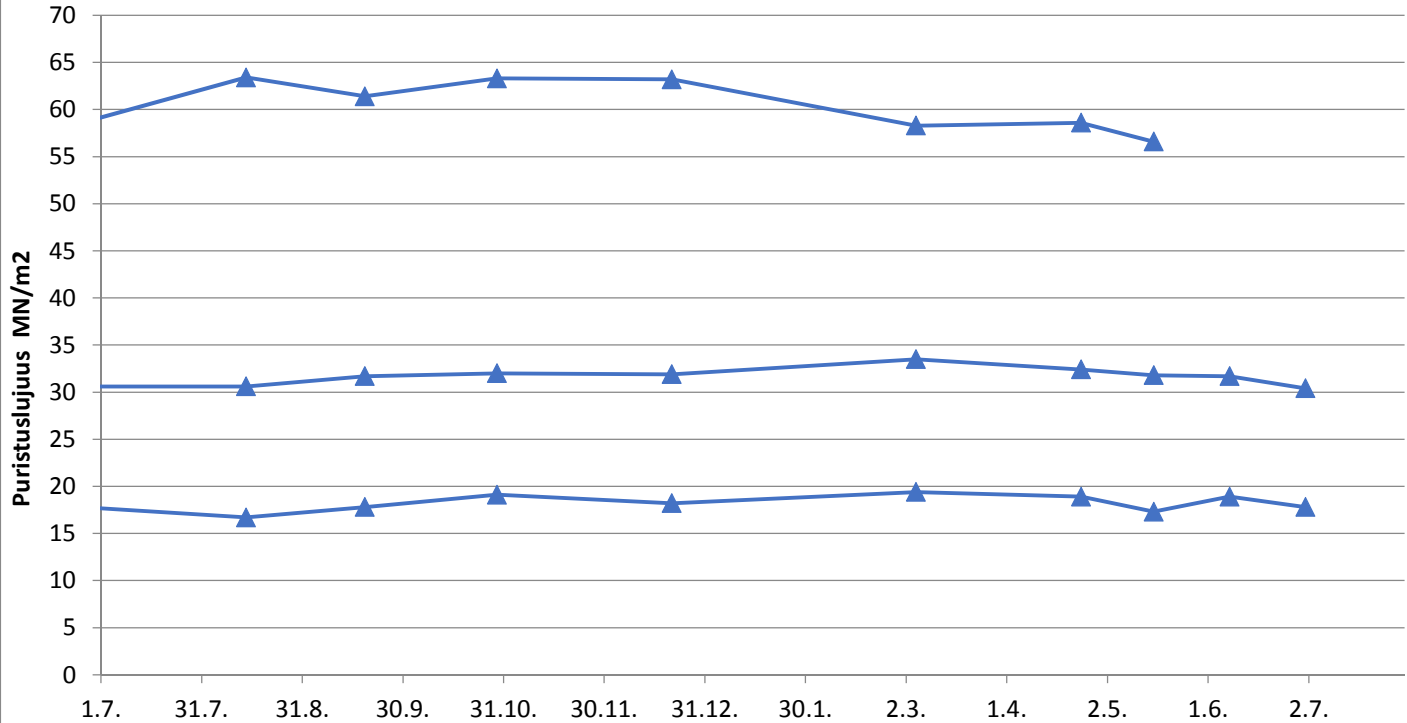


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

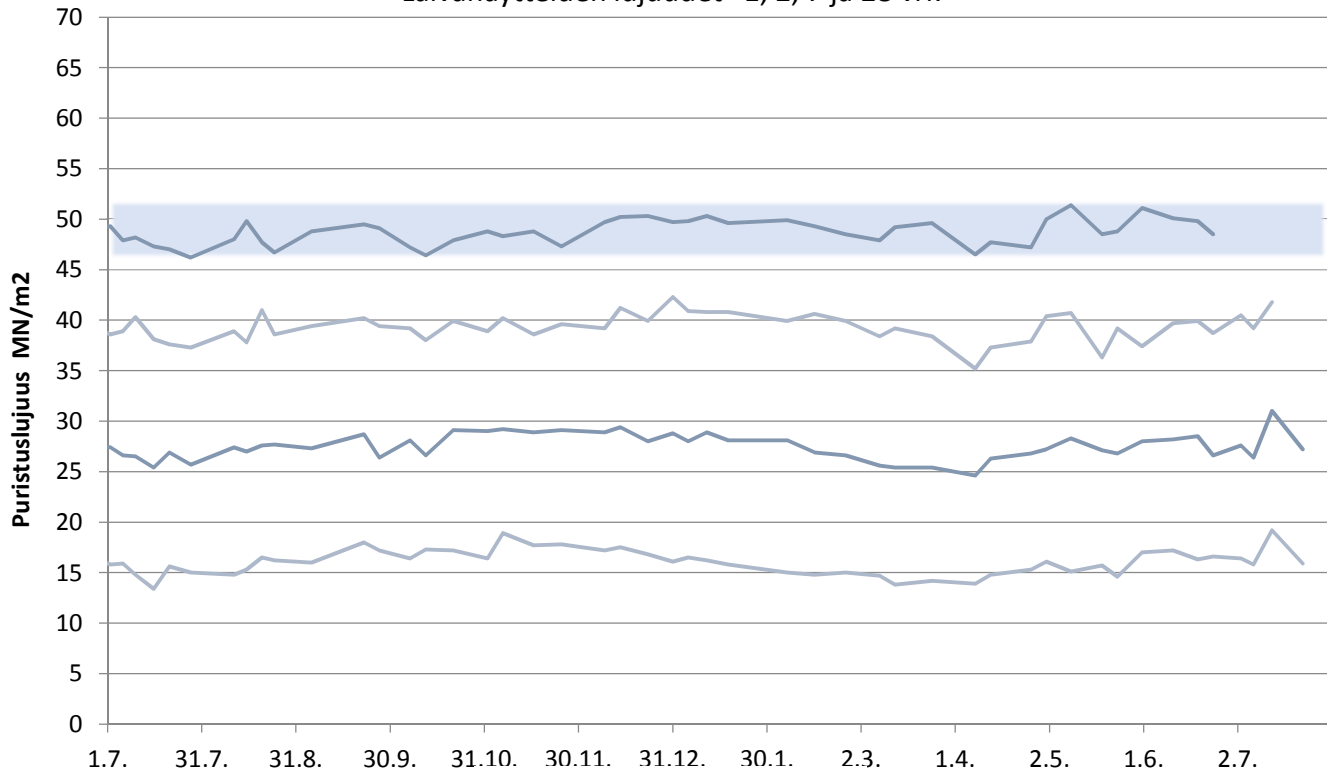


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

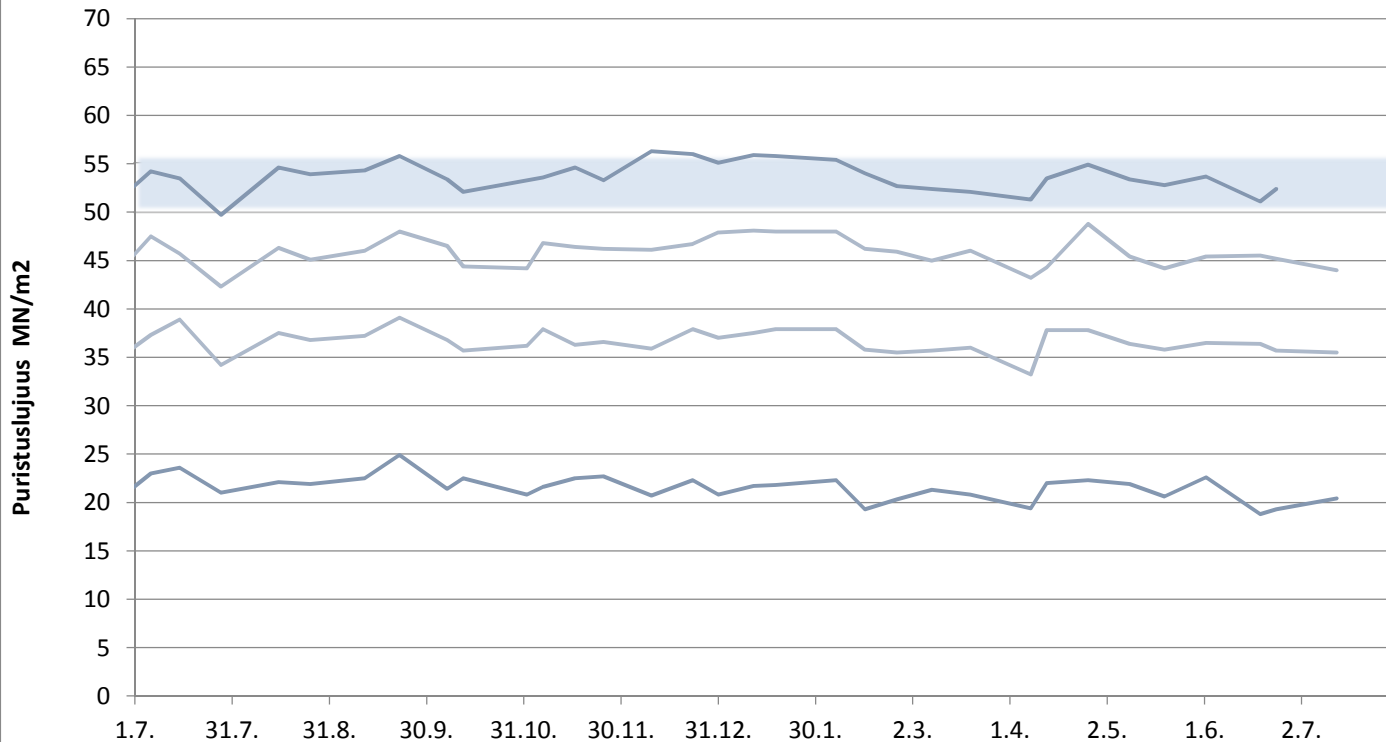


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

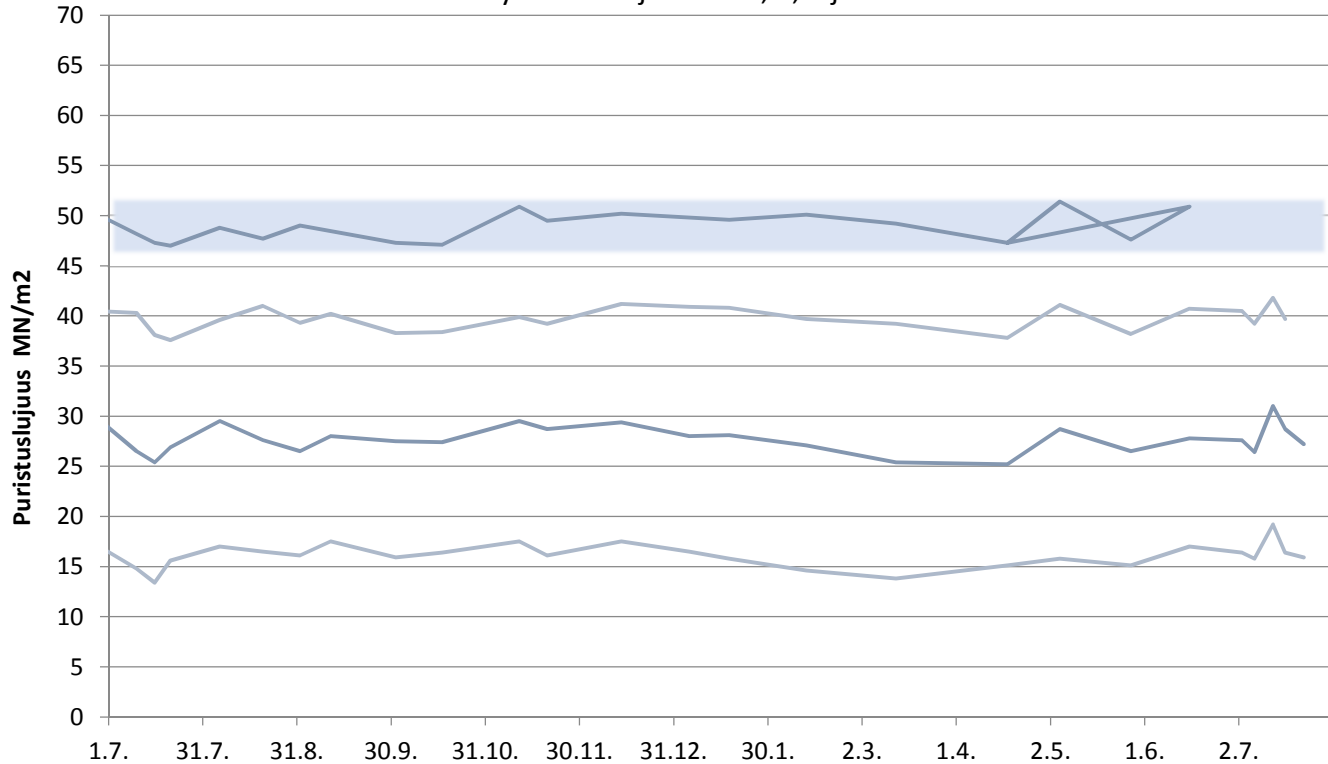


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

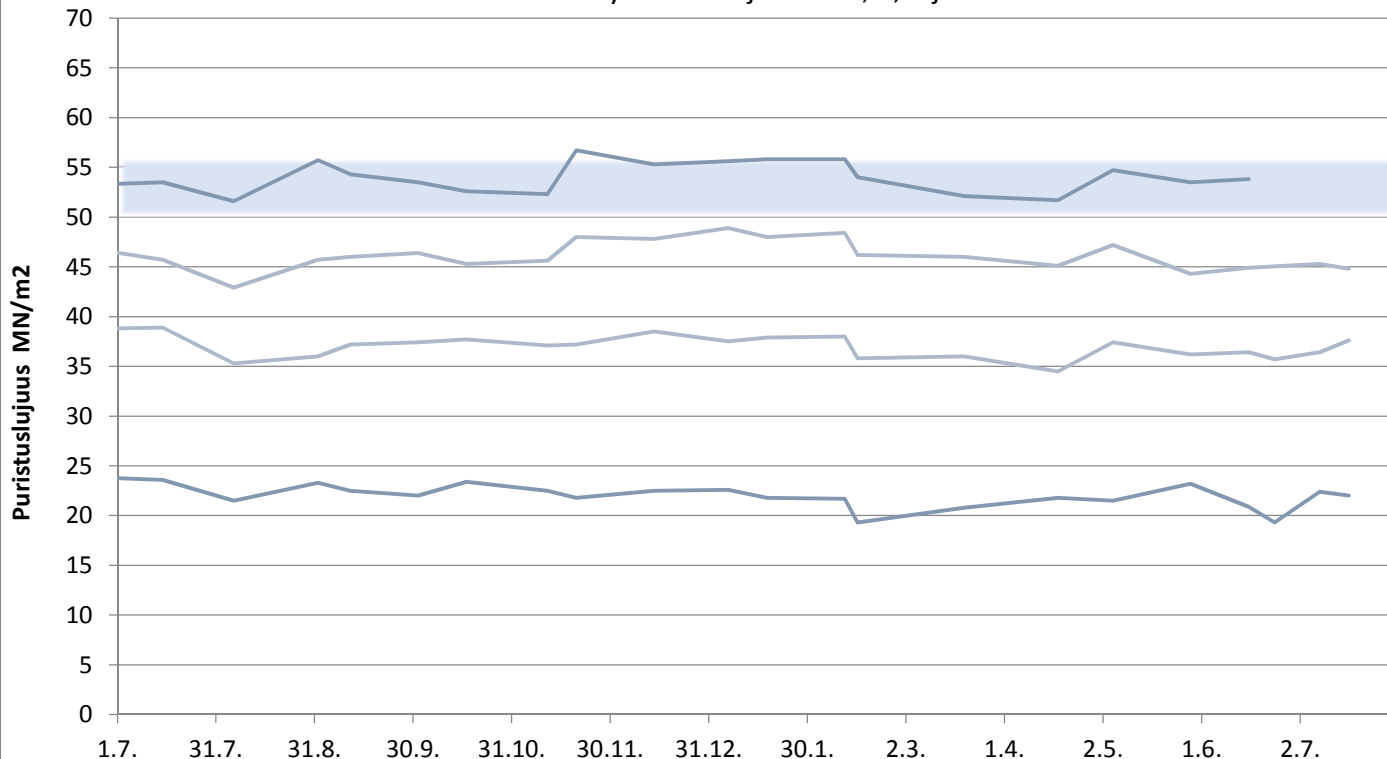


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

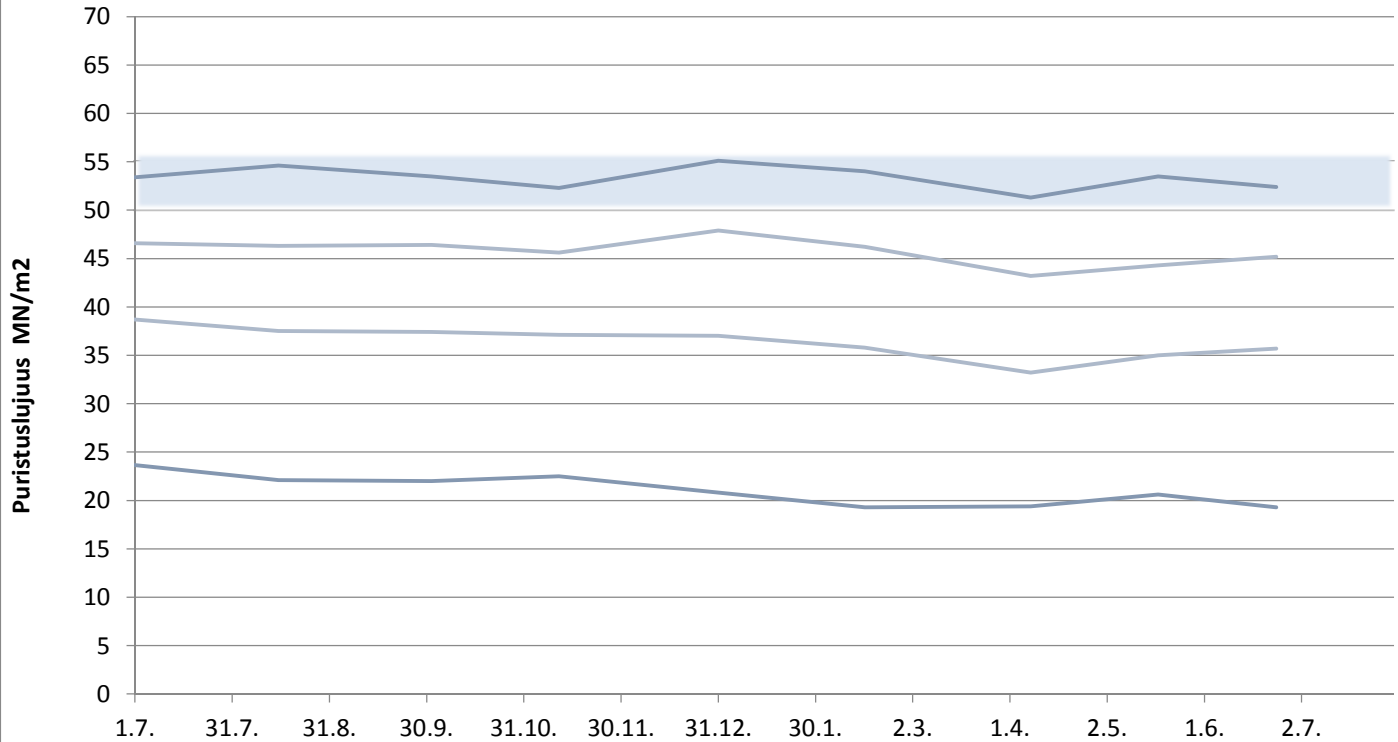


FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

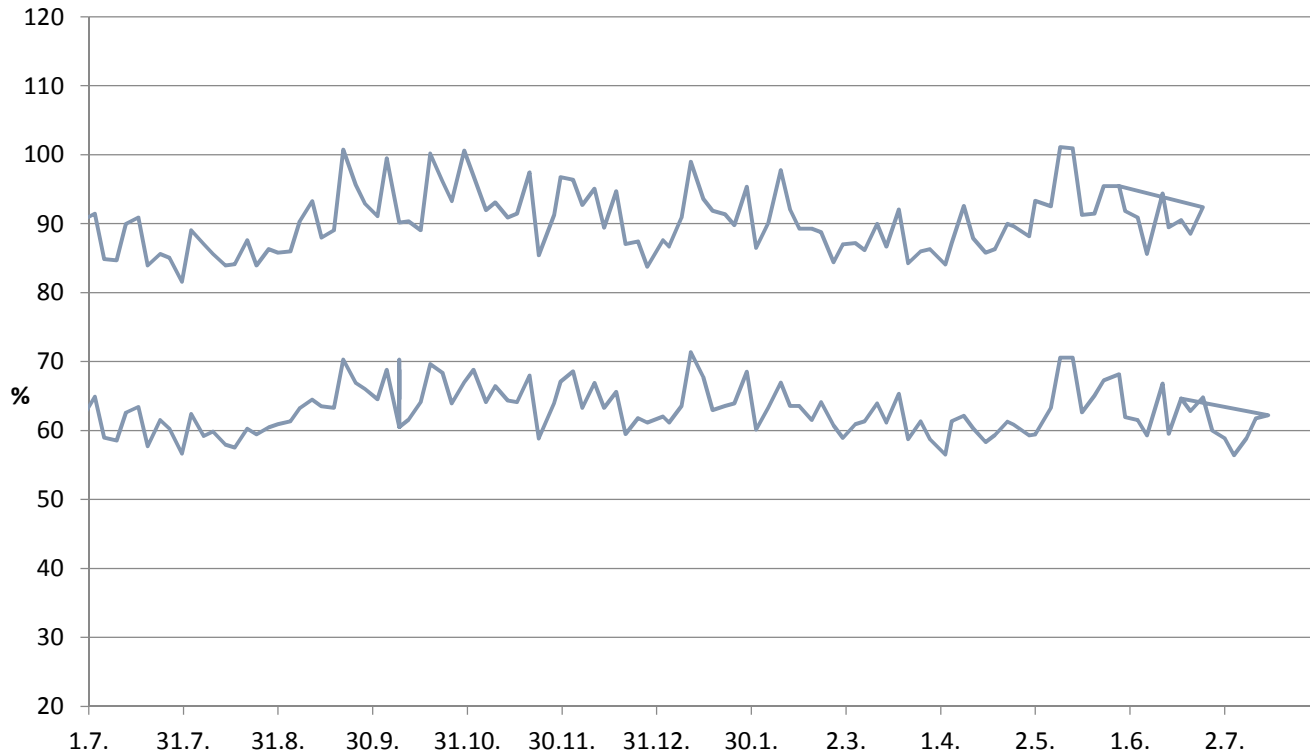

FINNSEMENTTI

päivitetty 27.7.2018