

Laatuinformaatio vko 41

pvm:

12.10.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	01.10.	26	26.09.	38	05.09.	48	470	34	8	17
	03.10.	26	01.10.	38	10.09.	49				
	08.10.	26	03.10.	38	12.09.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	03.10.	21	26.09.	44	05.09.	52	480	32	8	3
	08.10.	21	01.10.	44	10.09.	52				
	10.10.	21	03.10.	45	12.09.	51				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti CEM I 52.5 R	03.10.	30	01.10.	44	05.09.	58	580	33	4	0
	08.10.	31	03.10.	44	10.09.	59				
	10.10.	31	08.10.	44	12.09.	59				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	31.08.	23	31.08.	64	31.08.	76	400	81	0	0

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	01.10.	27	26.09.	39	05.09.	46	460	33	12	9
	03.10.	29	01.10.	41	10.09.	46				
	08.10.	28	03.10.	43	12.09.	47				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	01.10.	25	26.09.	54	05.09.	60	510	31	8	0
	03.10.	25	01.10.	54	10.09.	59				
	08.10.	25	03.10.	53	12.09.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti CEM I 52.5 R	03.10.	33	01.10.	47	05.09.	62	550	32	3	0
	08.10.	32	03.10.	47	10.09.	64				
	10.10.	32	08.10.	45	12.09.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	01.10.	29	24.09.	44	03.09.	52	360	23	2	0
	03.10.	28	26.09.	44	05.09.	51				
	08.10.	29	01.10.	44	10.09.	51				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti* CEM I 52.5 N	27.09.	19	27.09.	32	28.08.	57	410	32	3.5	0

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
01.10.	401	17.09.	62 %	03.09.	89 %
04.10.	402	24.09.	59 %	06.09.	89 %
08.10.	401	27.09.	60 %	10.09.	89 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200


Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

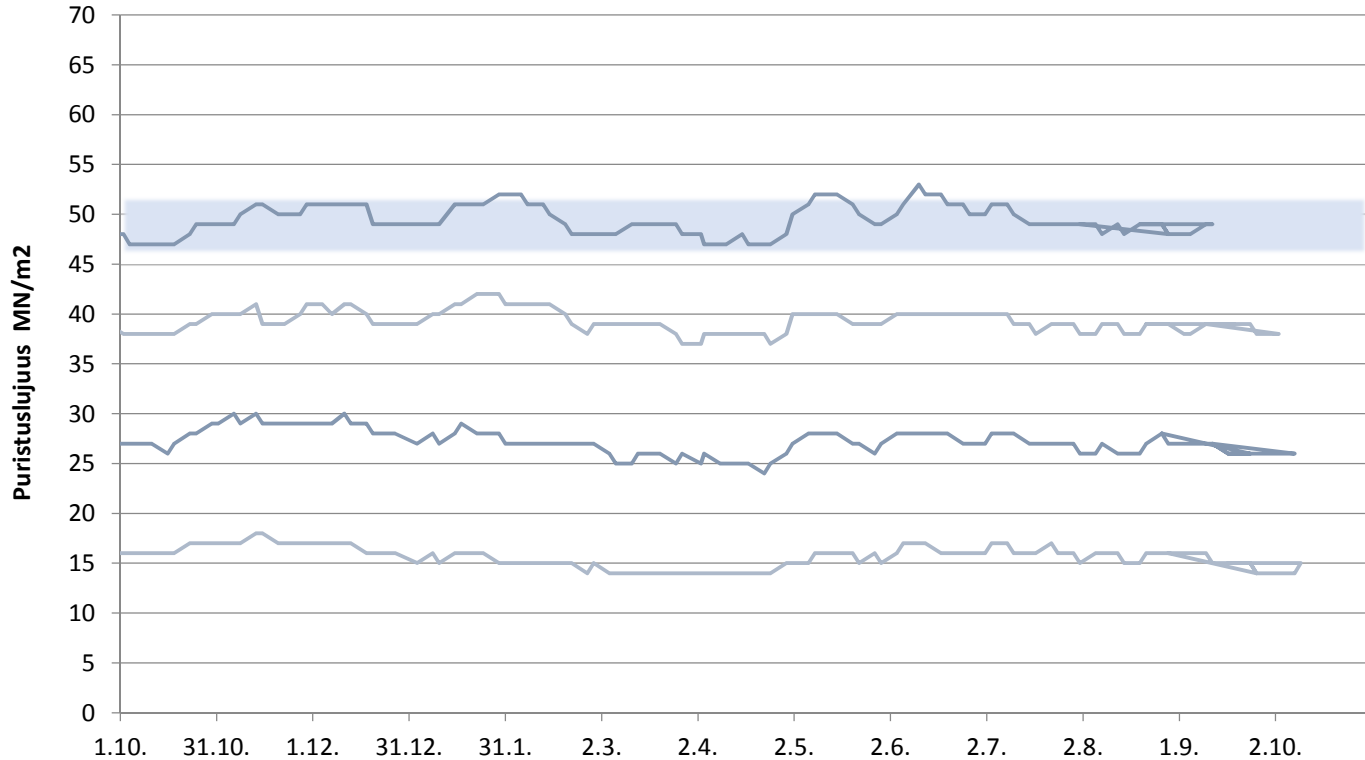

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

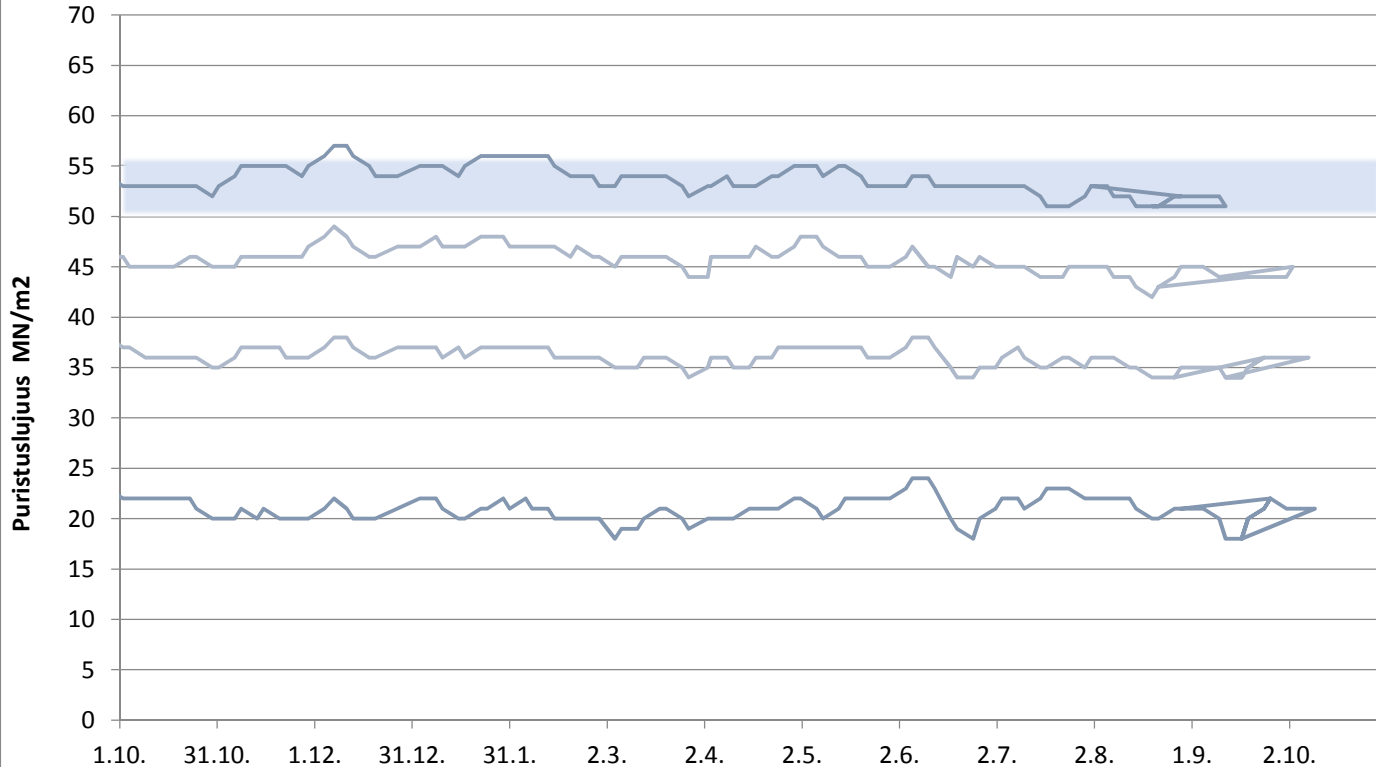


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

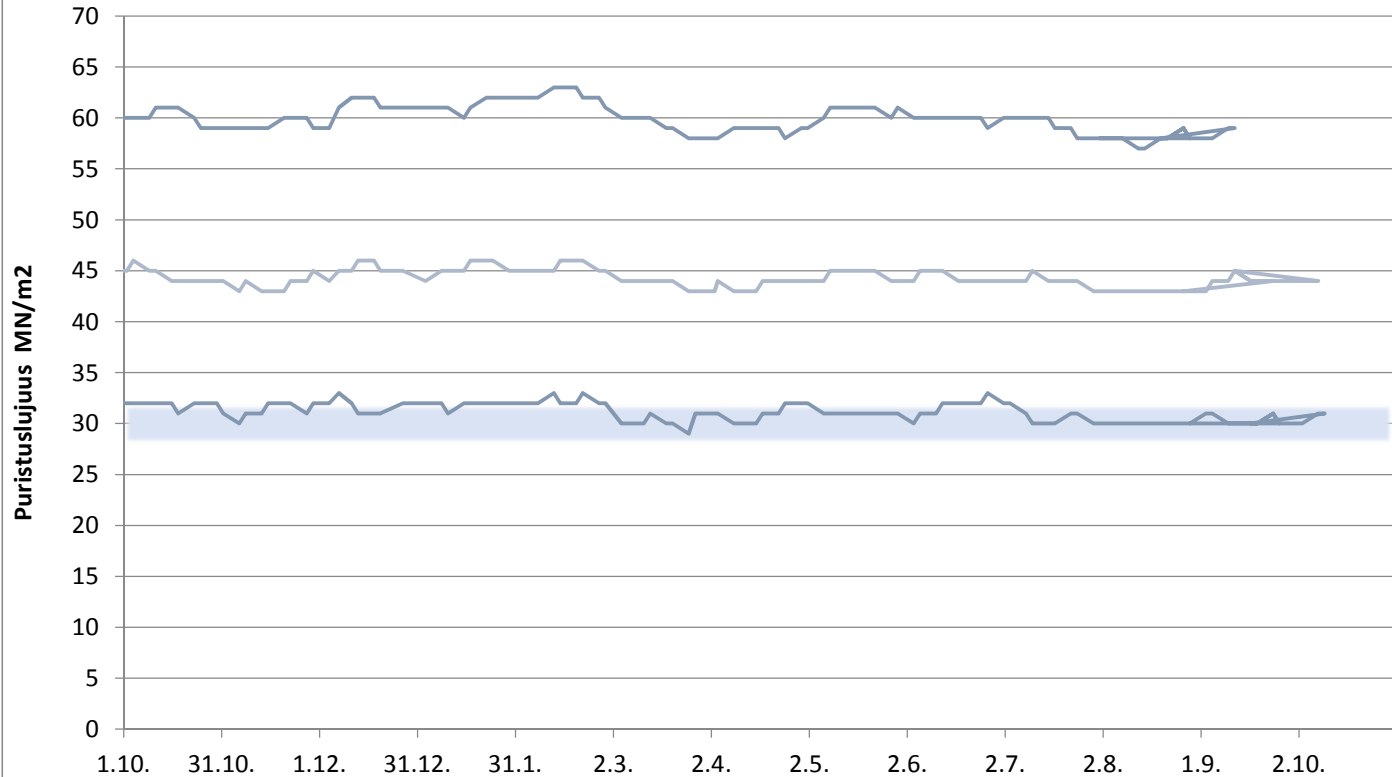


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

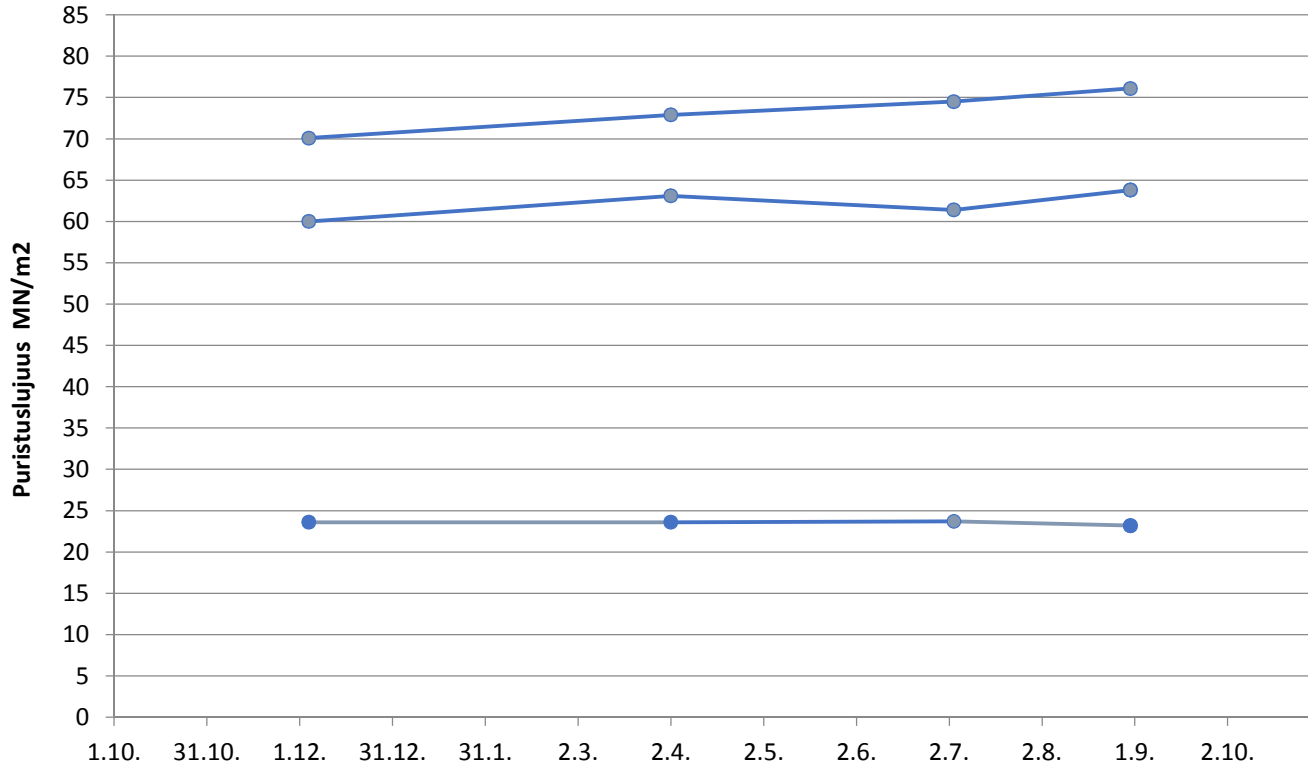

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

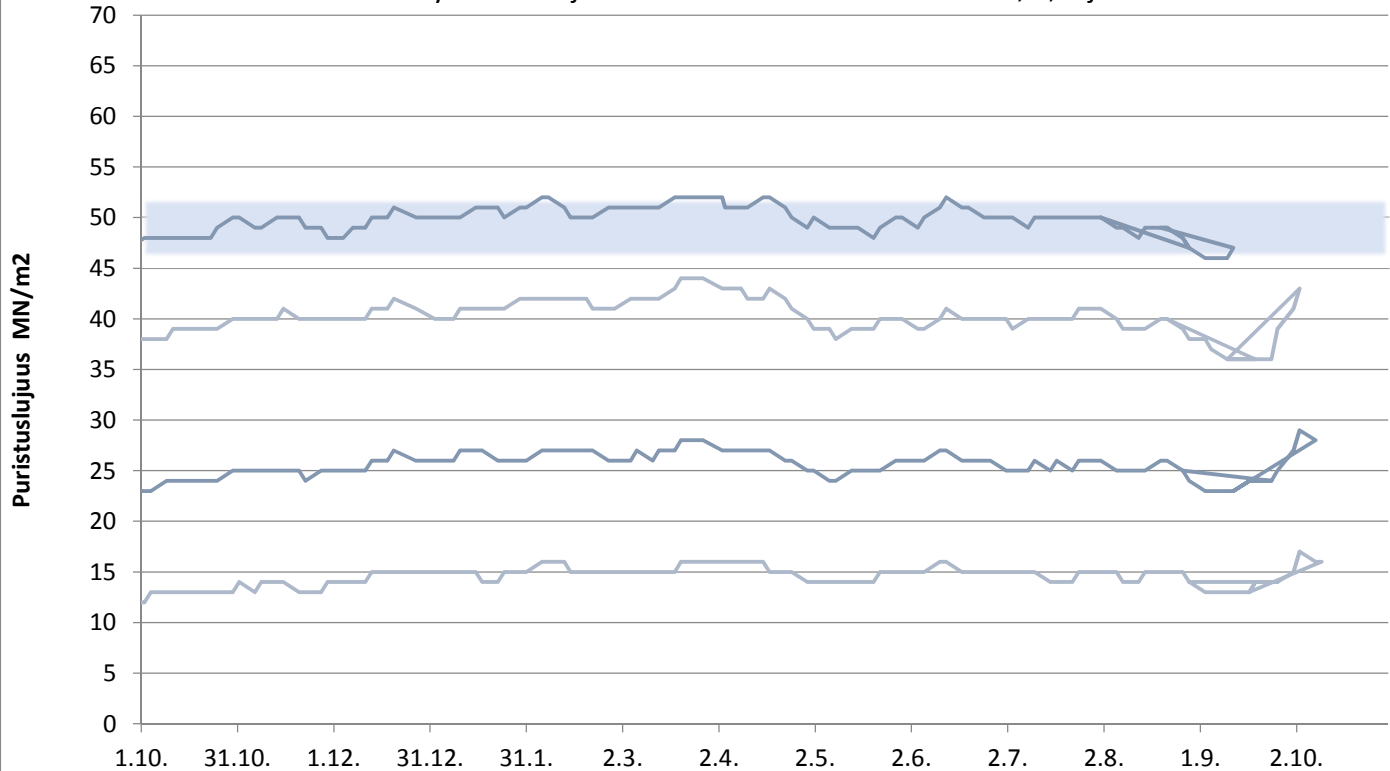


päivitetty 12.10.2018

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

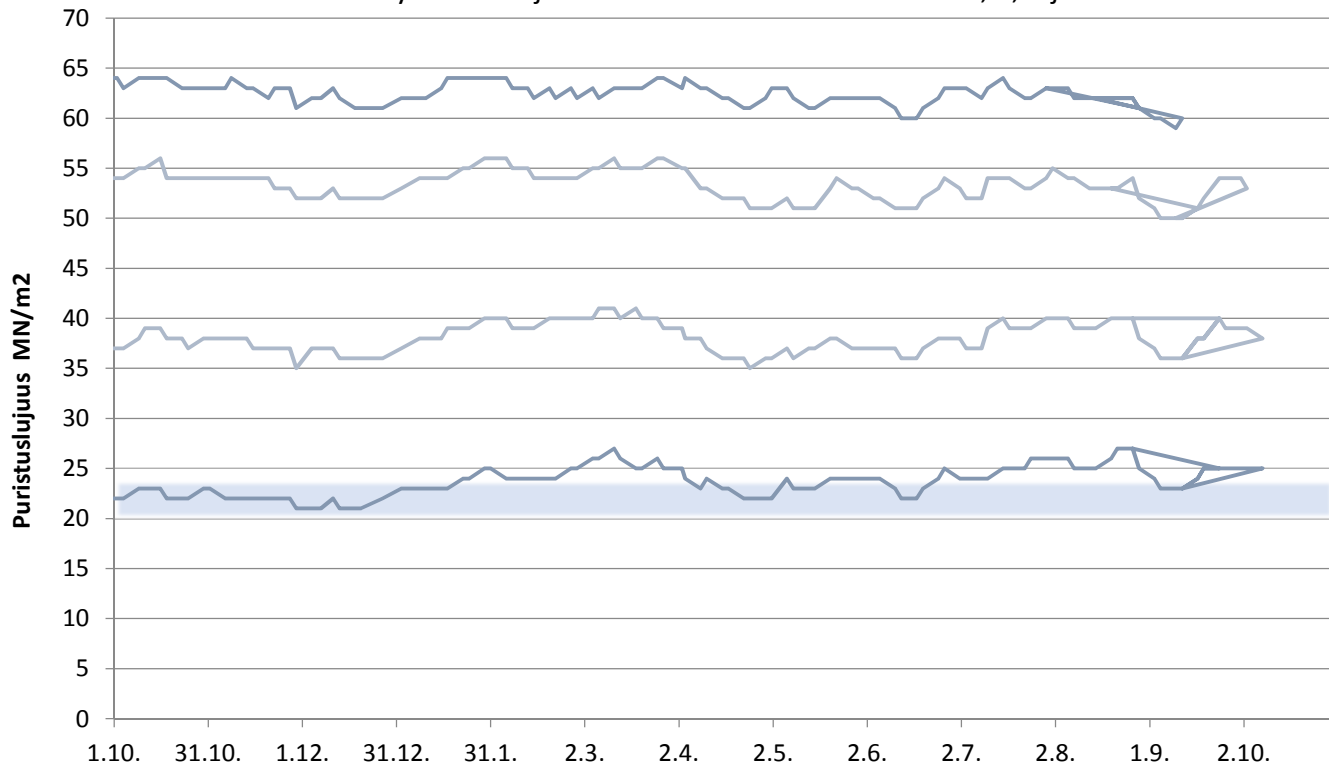


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

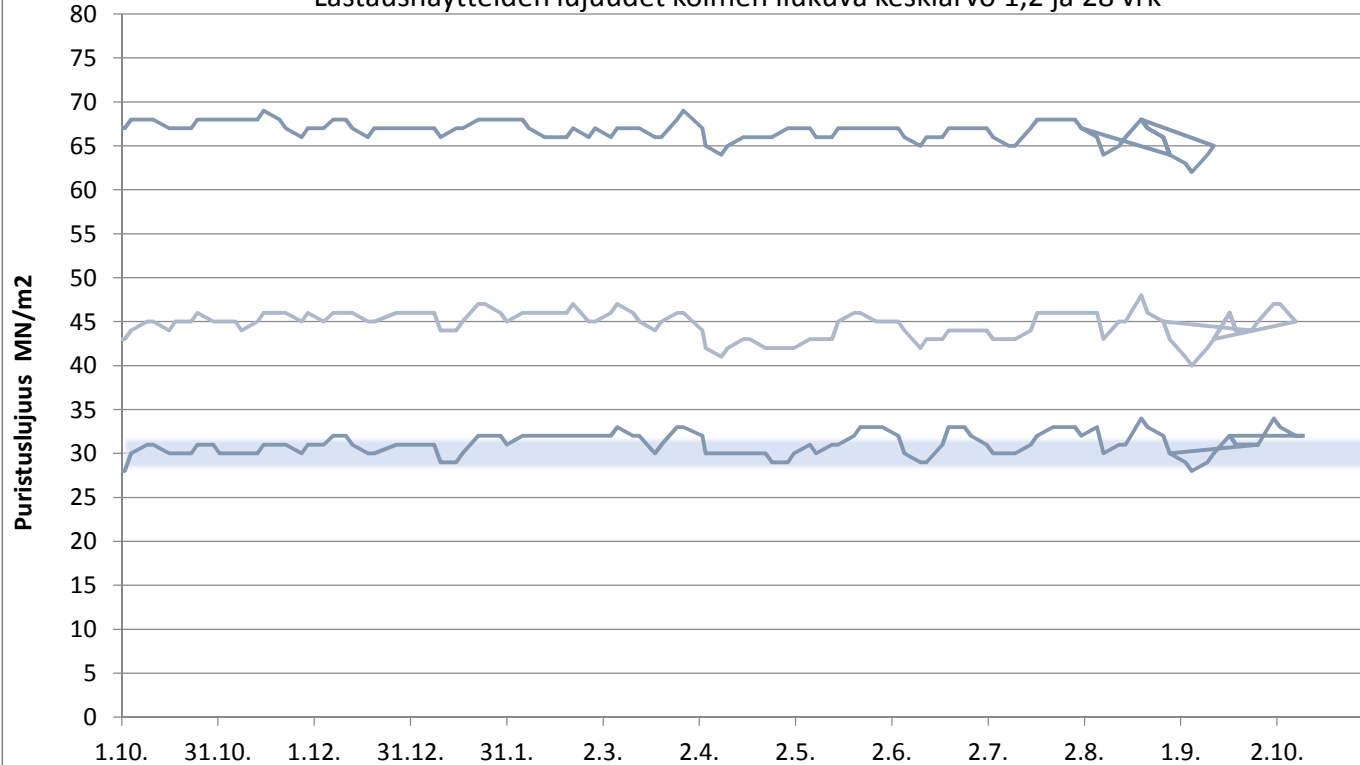


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

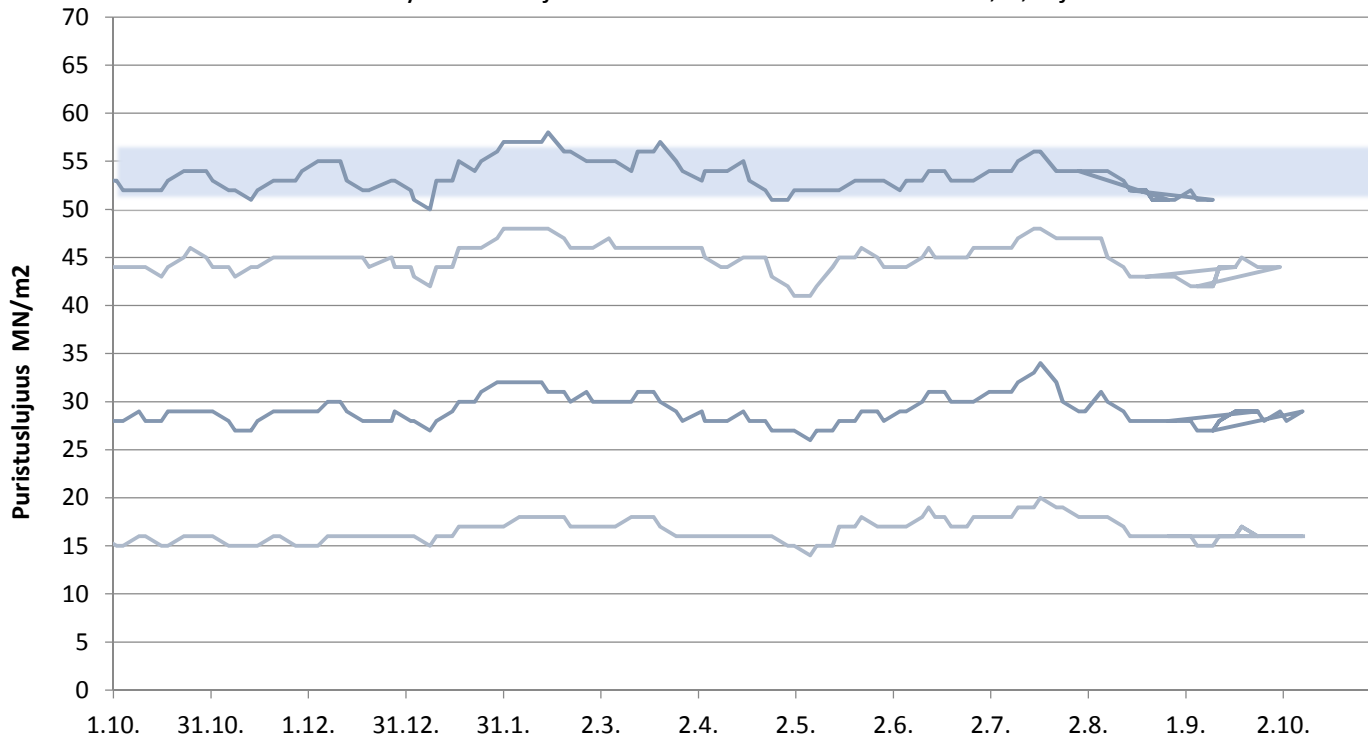


Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

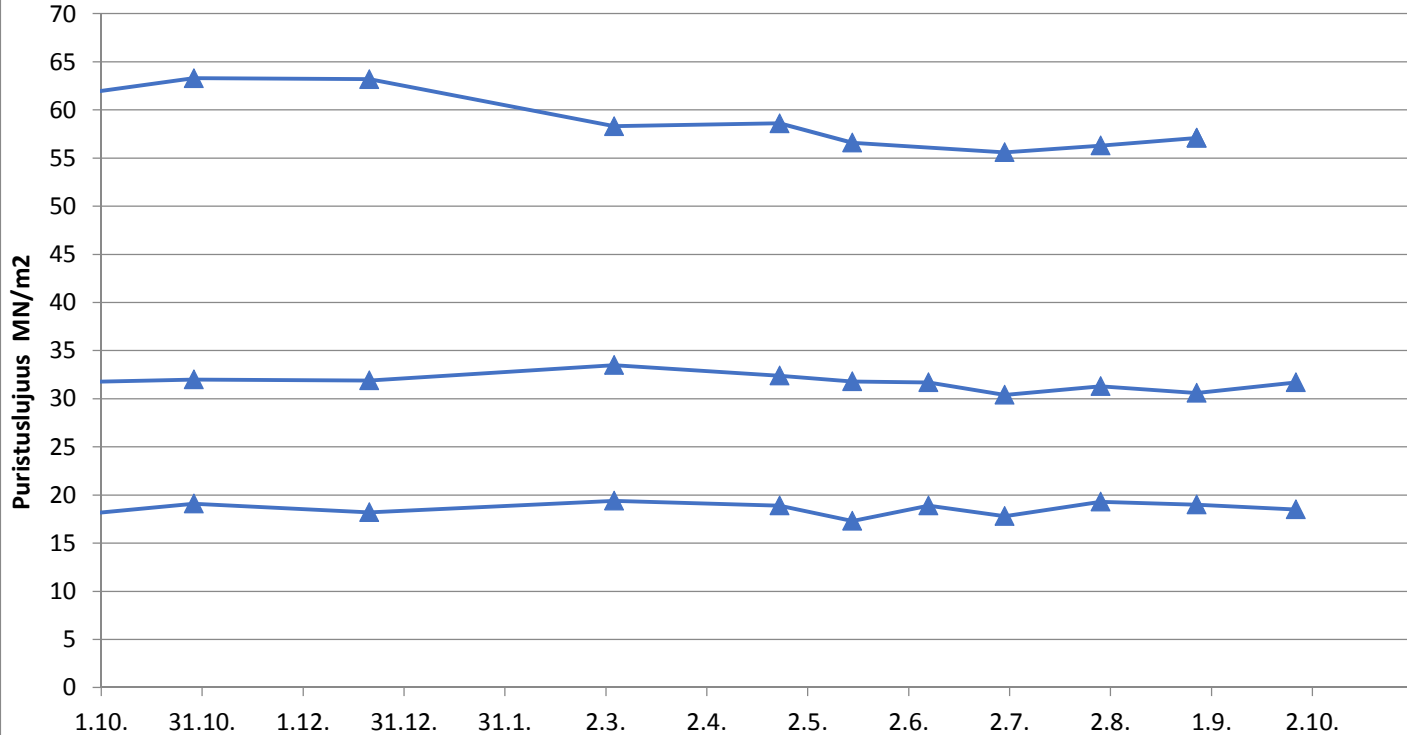

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

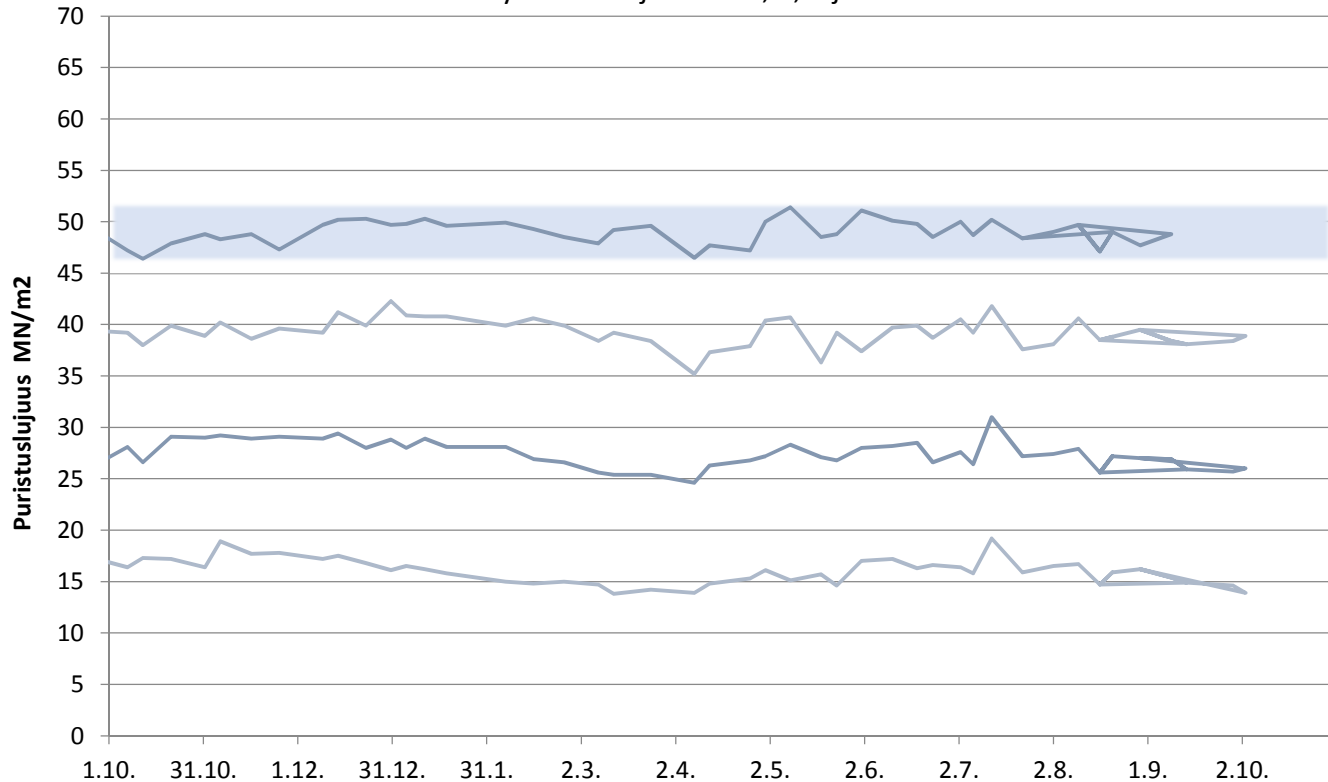


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

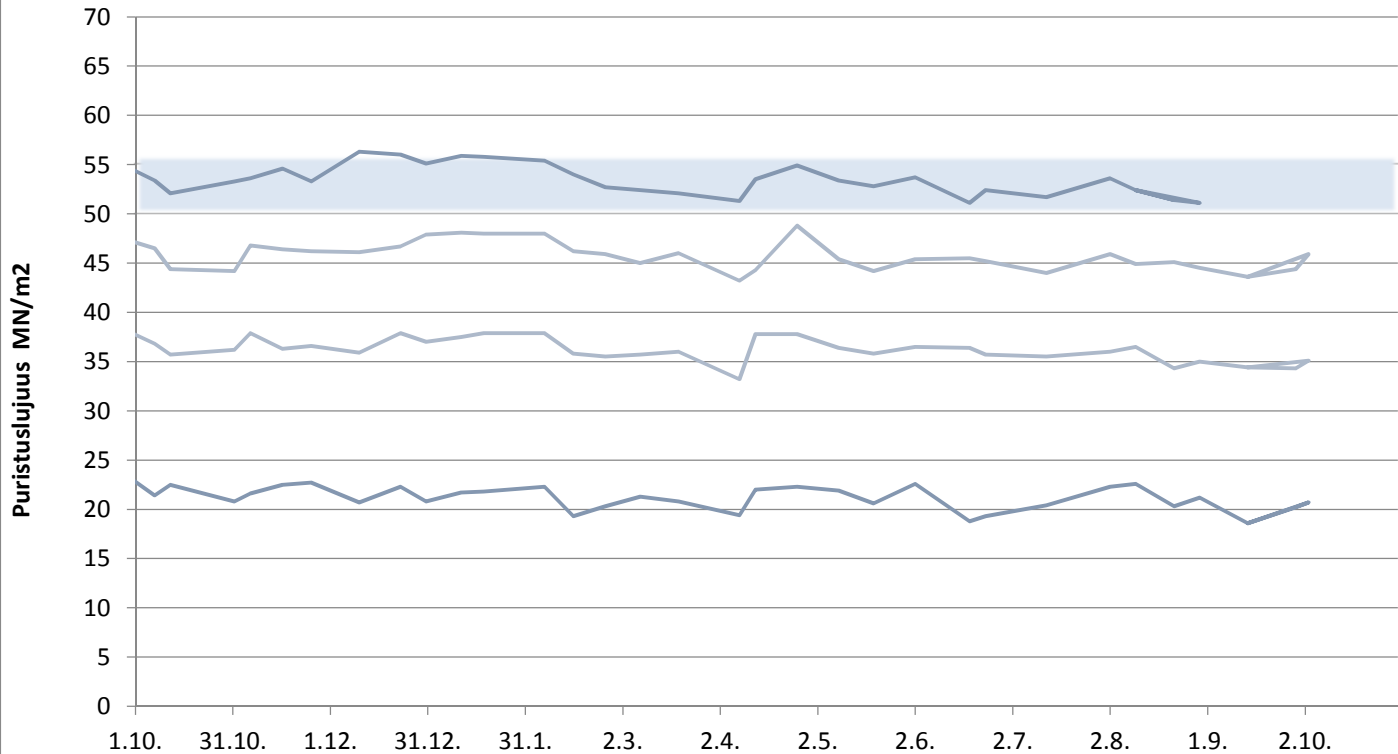


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

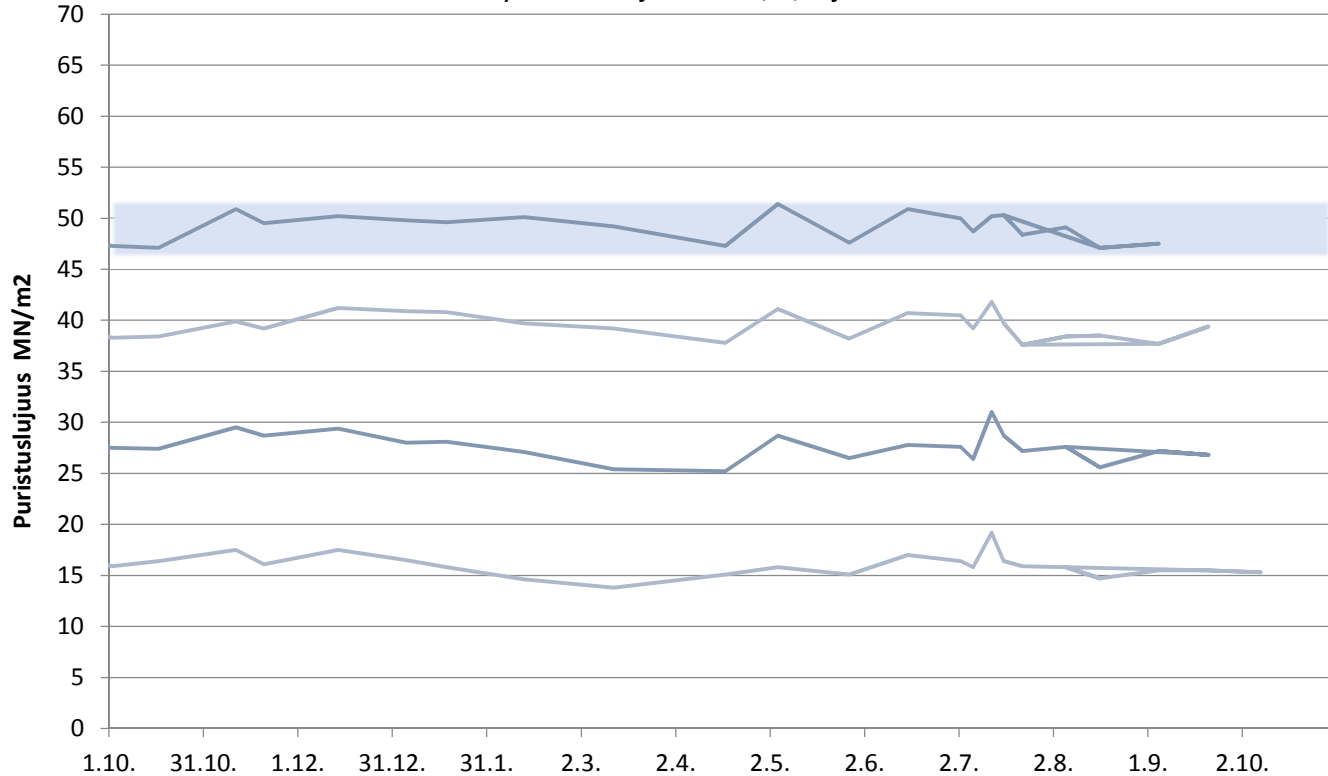

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

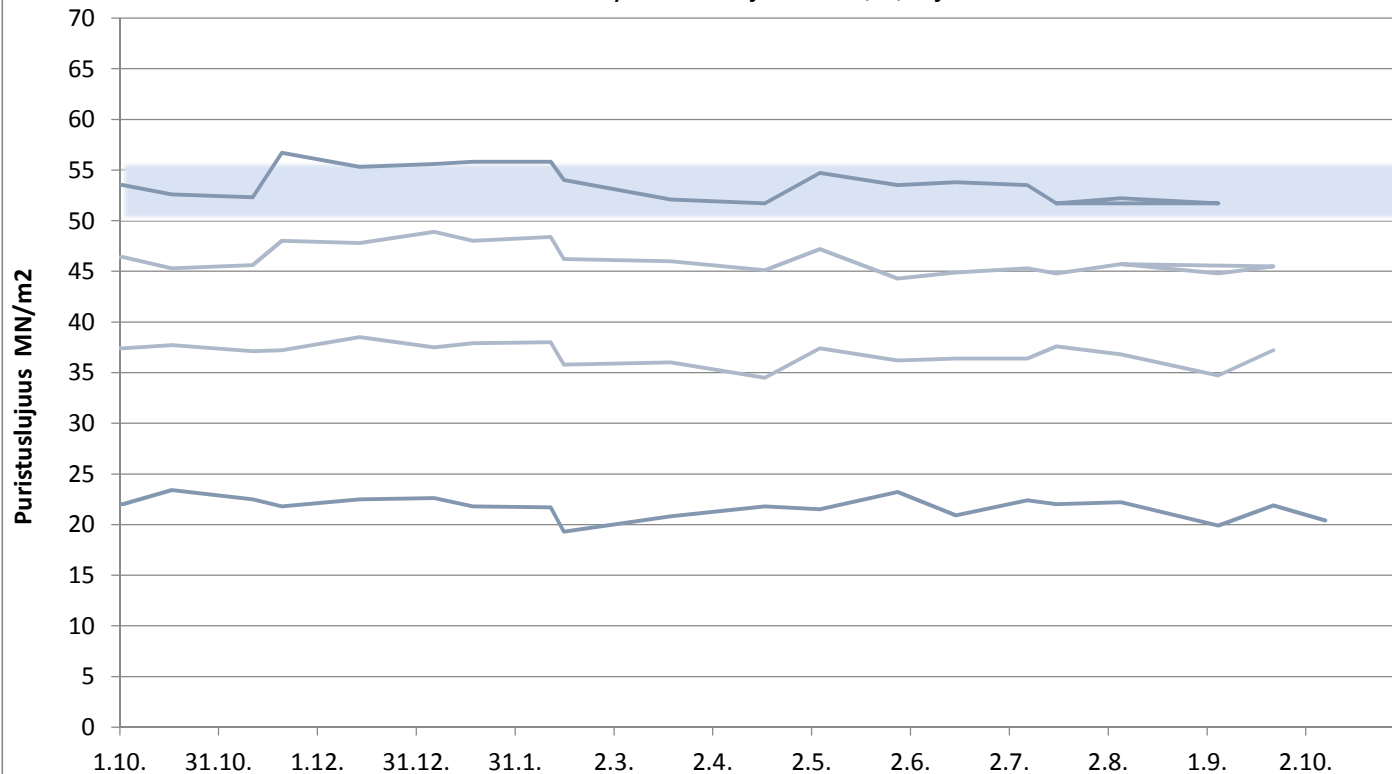


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

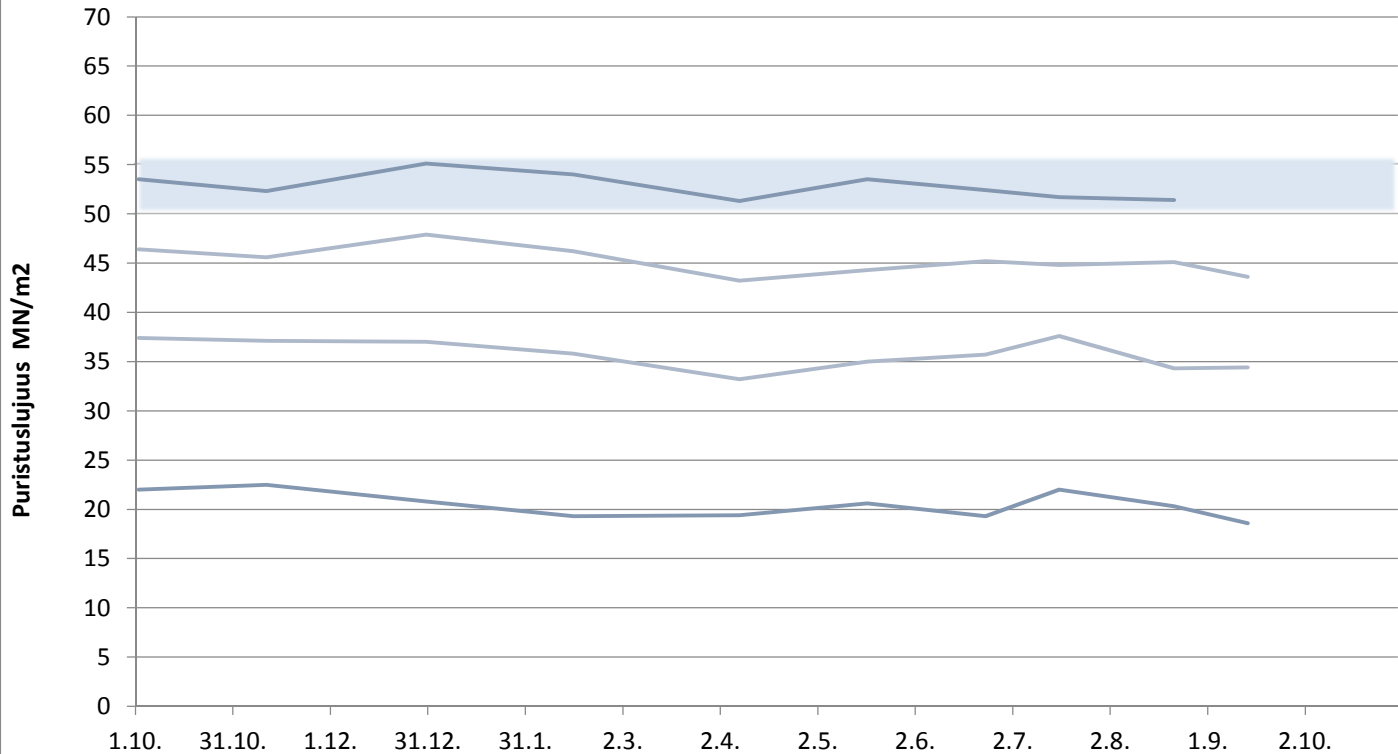

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.10.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

