

Laatuinformaatio vko 44

pvm:

2.11.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	22.10.	26	17.10.	38	24.09.	49				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	24.10.	25	22.10.	37	26.09.	49	460	34	8	17
	29.10.	25	24.10.	37	03.10.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	24.10.	20	17.10.	43	24.09.	52				
CEM II/A-LL 42.5 R	29.10.	19	22.10.	42	26.09.	52	470	32	8	3
	31.10.	20	24.10.	44	03.10.	52				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	24.10.	31	22.10.	43	24.09.	58				
CEM I 52.5 R	29.10.	30	24.10.	43	26.09.	58	560	33	4	0
	31.10.	31	29.10.	43	03.10.	58				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	31.08.	23	31.08.	64	31.08.	76	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	22.10.	26	17.10.	41	26.09.	49				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	24.10.	25	22.10.	40	01.10.	51	460	33	12	9
	29.10.	25	24.10.	39	03.10.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	22.10.	23	17.10.	51	24.09.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	24.10.	21	22.10.	51	26.09.	62	510	31	7	0
	29.10.	22	24.10.	49	01.10.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	24.10.	32	22.10.	45	26.09.	65				
CEM I 52.5 R	29.10.	32	24.10.	45	01.10.	67	560	32	3	0
	31.10.	33	29.10.	45	03.10.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	22.10.	29	15.10.	44	24.09.	52				
CEM I 42.5 N - SR3	24.10.	30	17.10.	44	26.09.	52	370	23	2	0
	30.10.	30	22.10.	43	01.10.	52				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	23.10.	18	23.10.	30	28.08.	57	400	32	3.5	0
CEM I 52.5 N										

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
18.10.	389	15.10.	62 %	17.09.	88 %
22.10.	393	18.10.	62 %	24.09.	83 %
25.10.	393	22.10.	63 %	27.09.	84 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

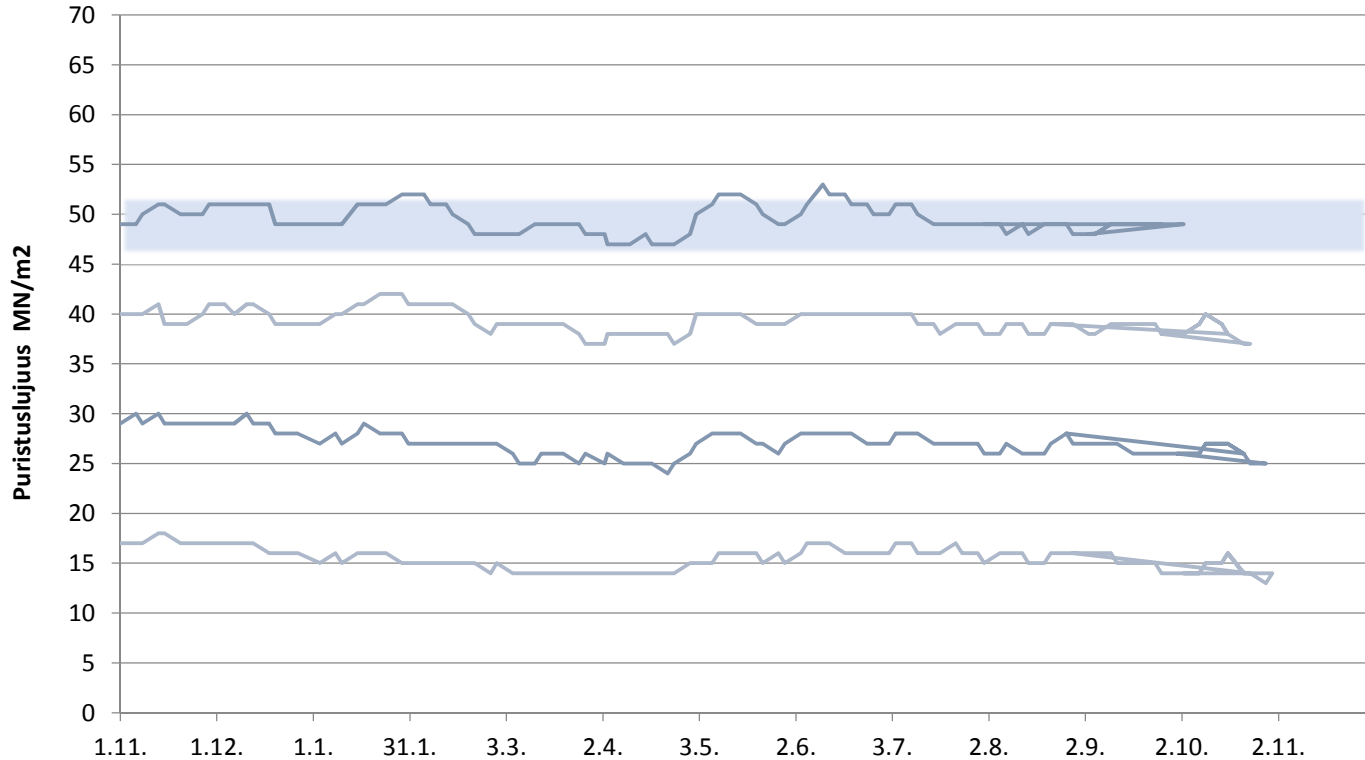


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

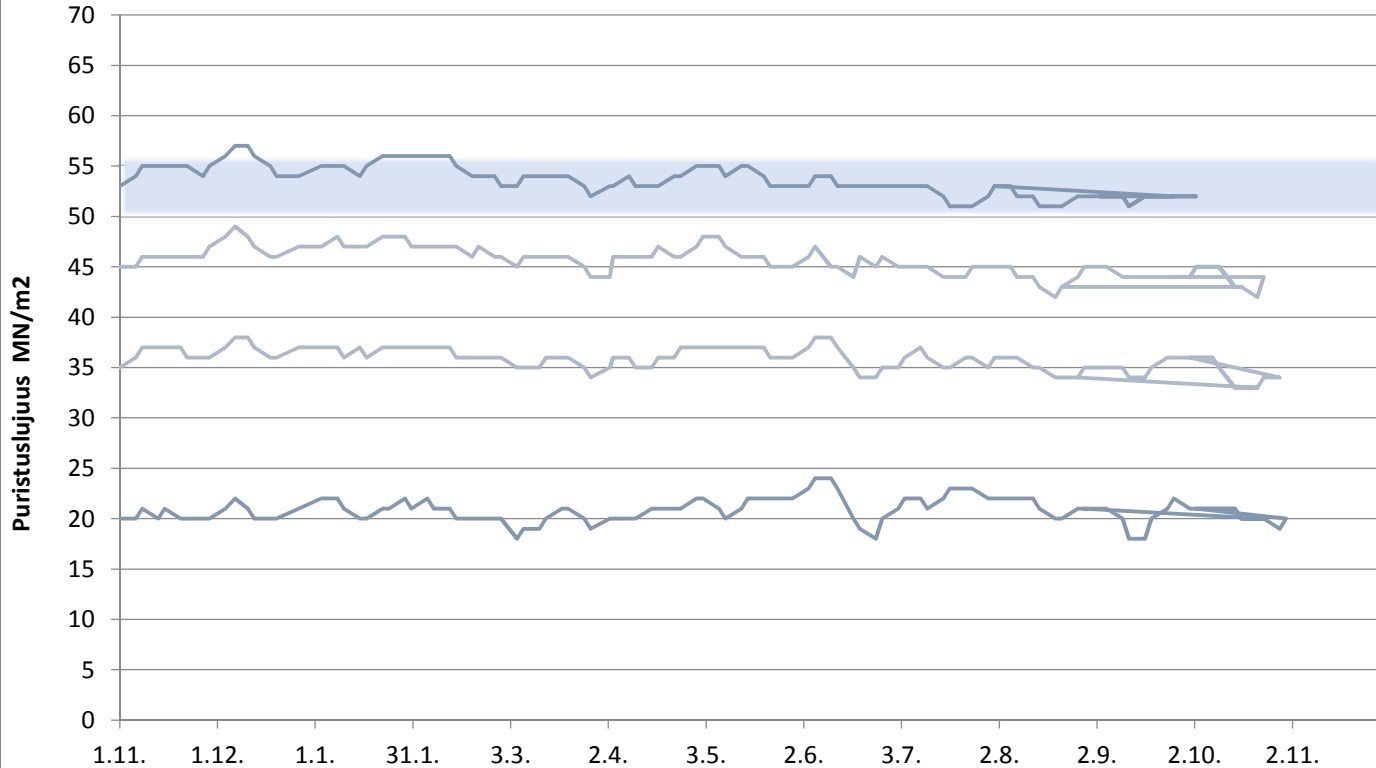


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

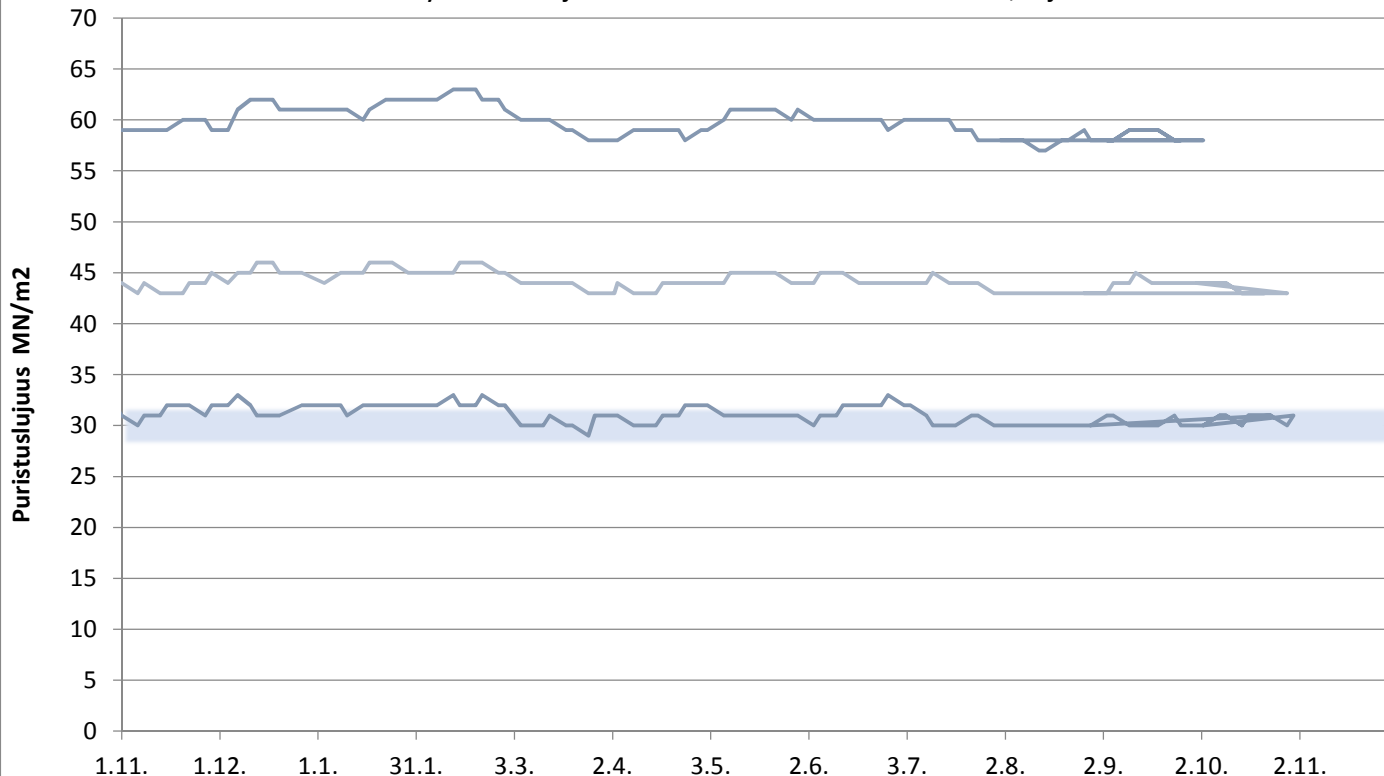


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

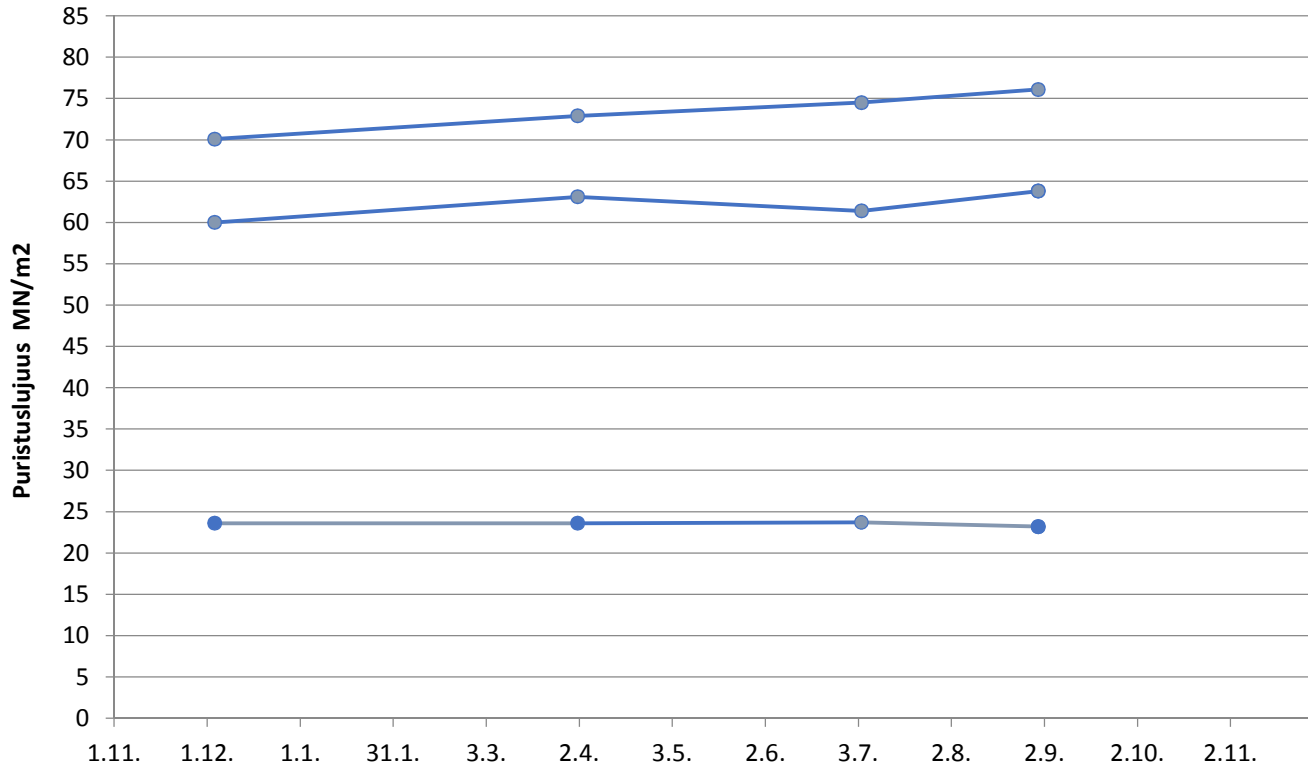

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

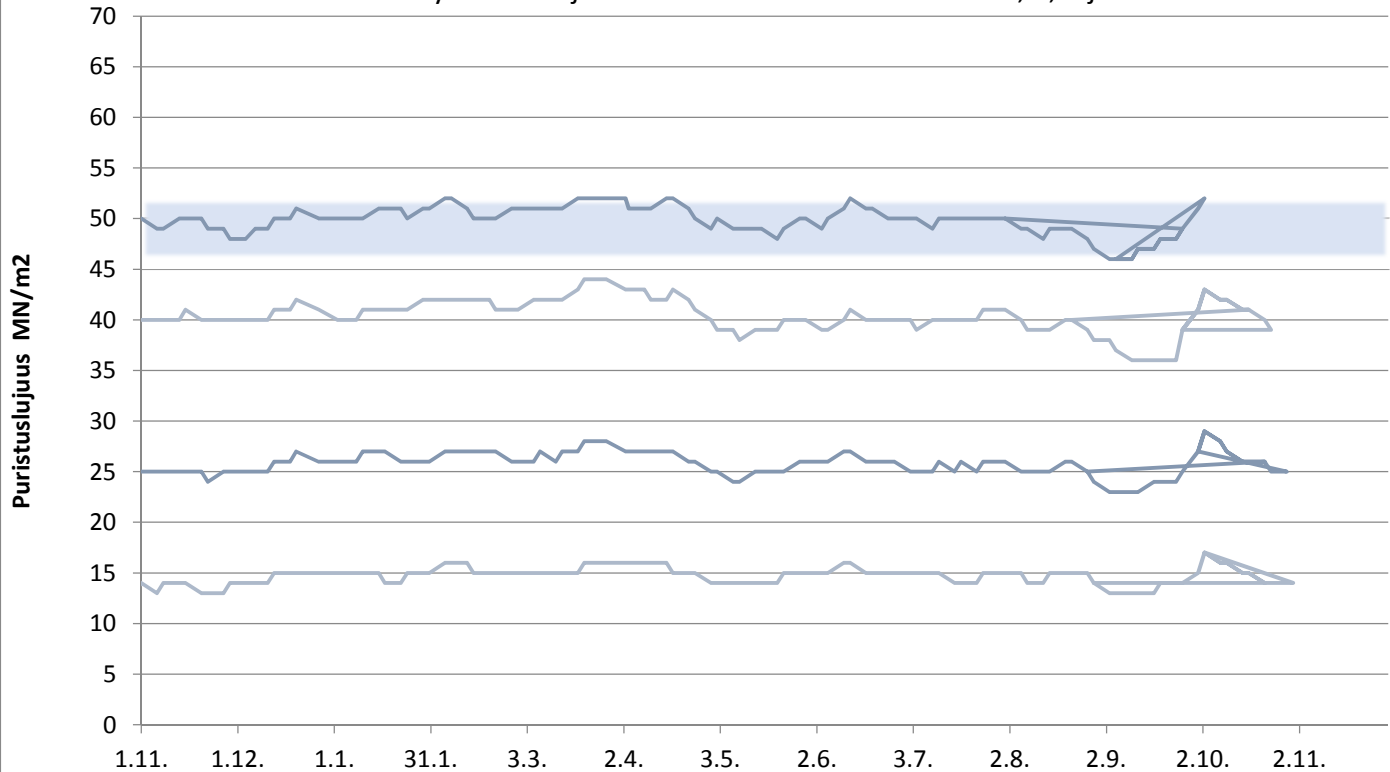


päivitetty 2.11.2018

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

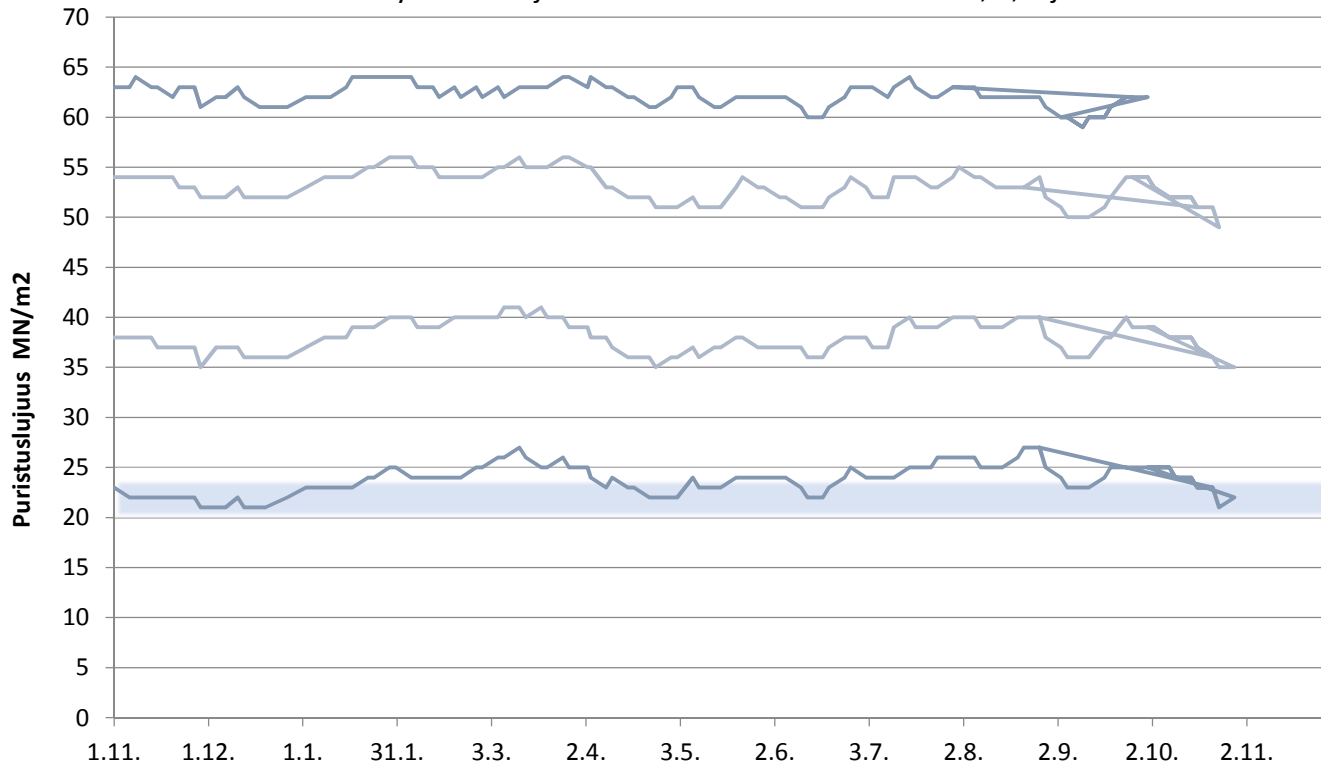


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

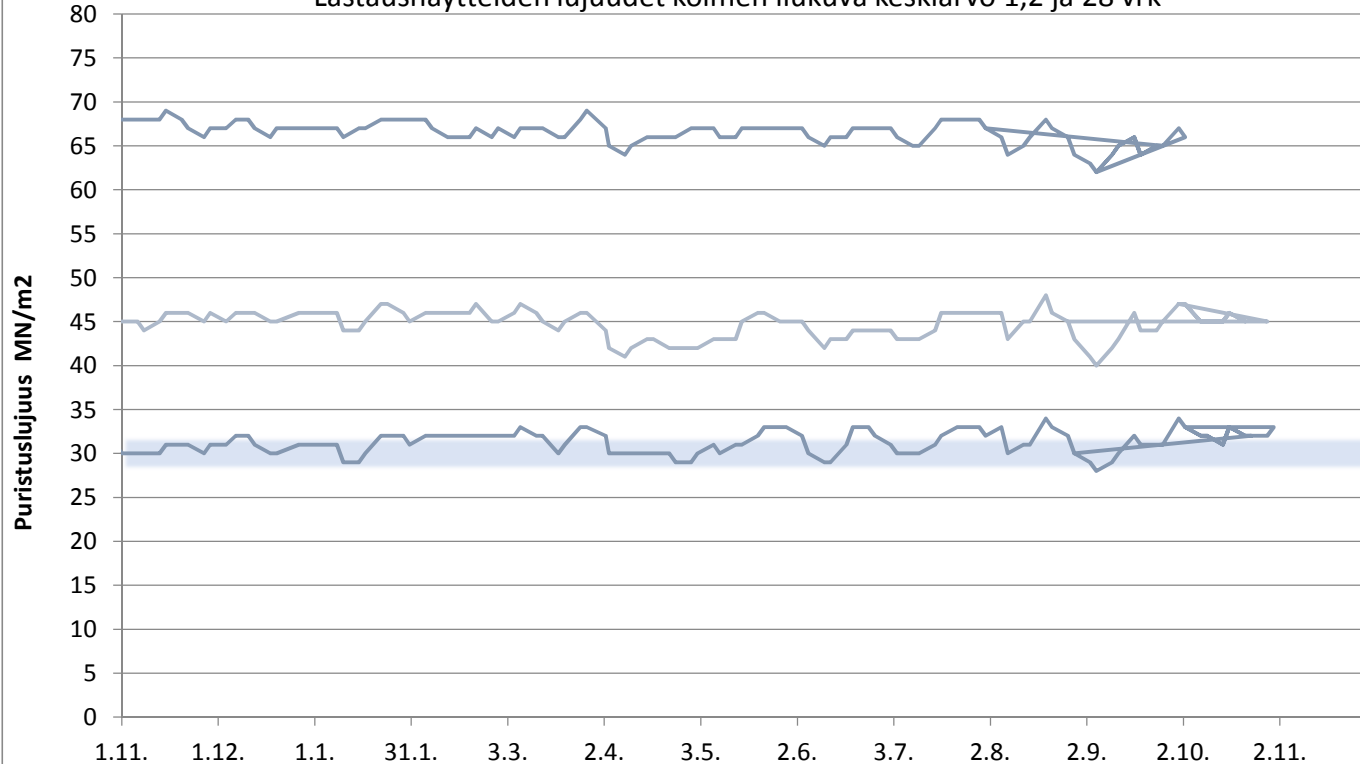


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

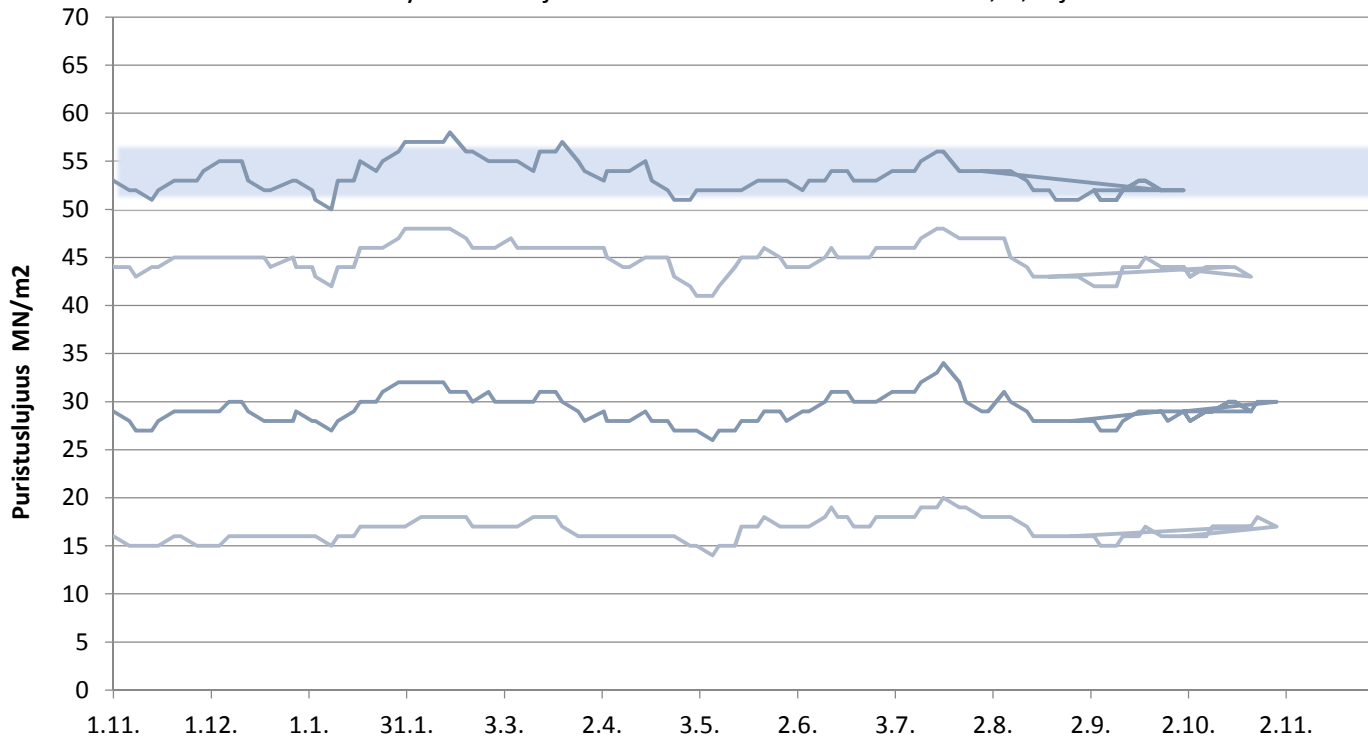


Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

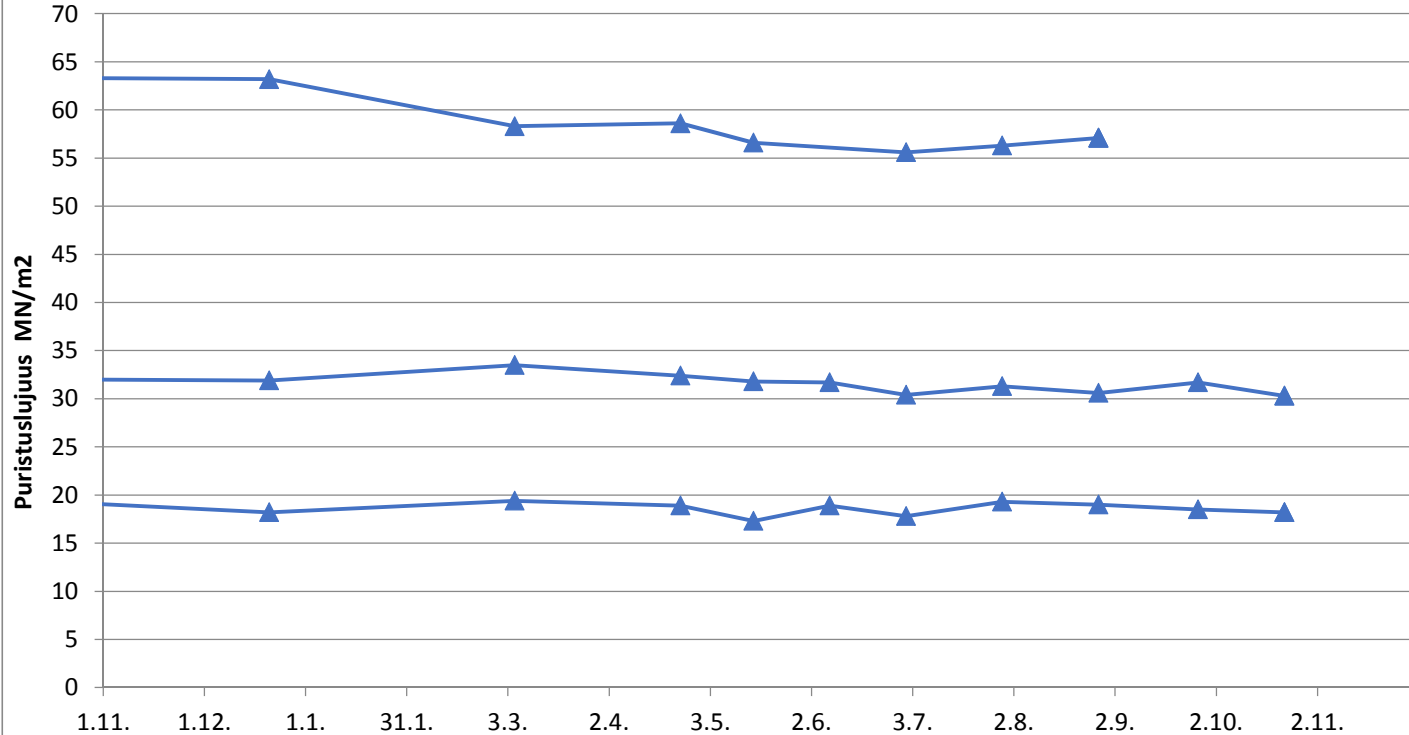

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

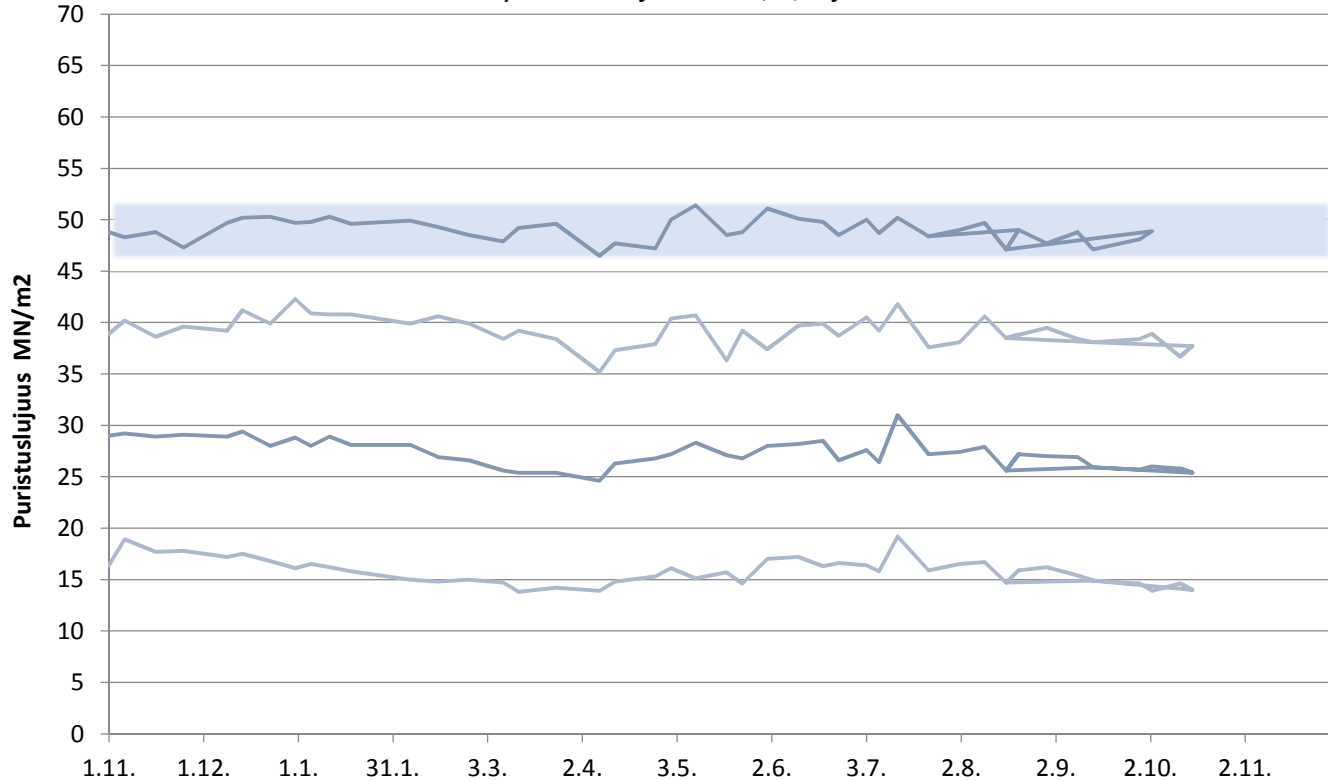


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

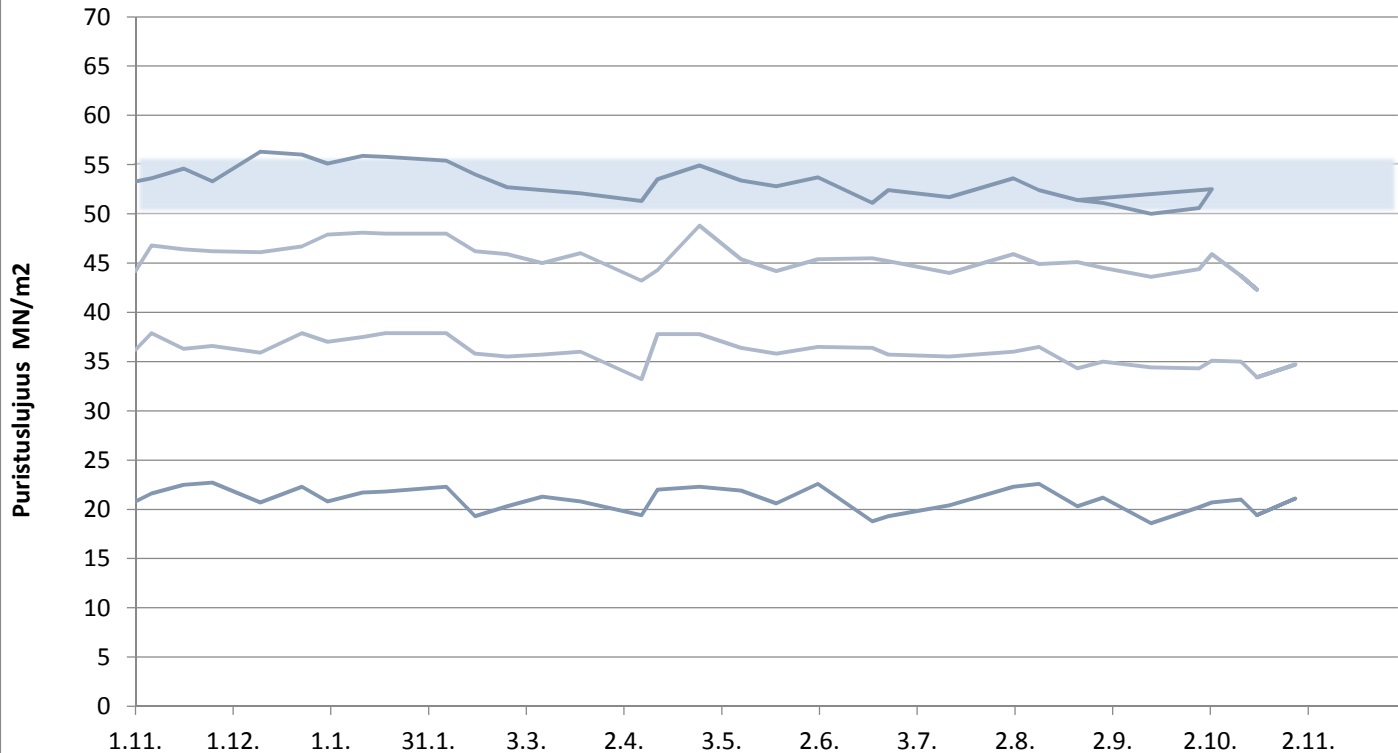


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

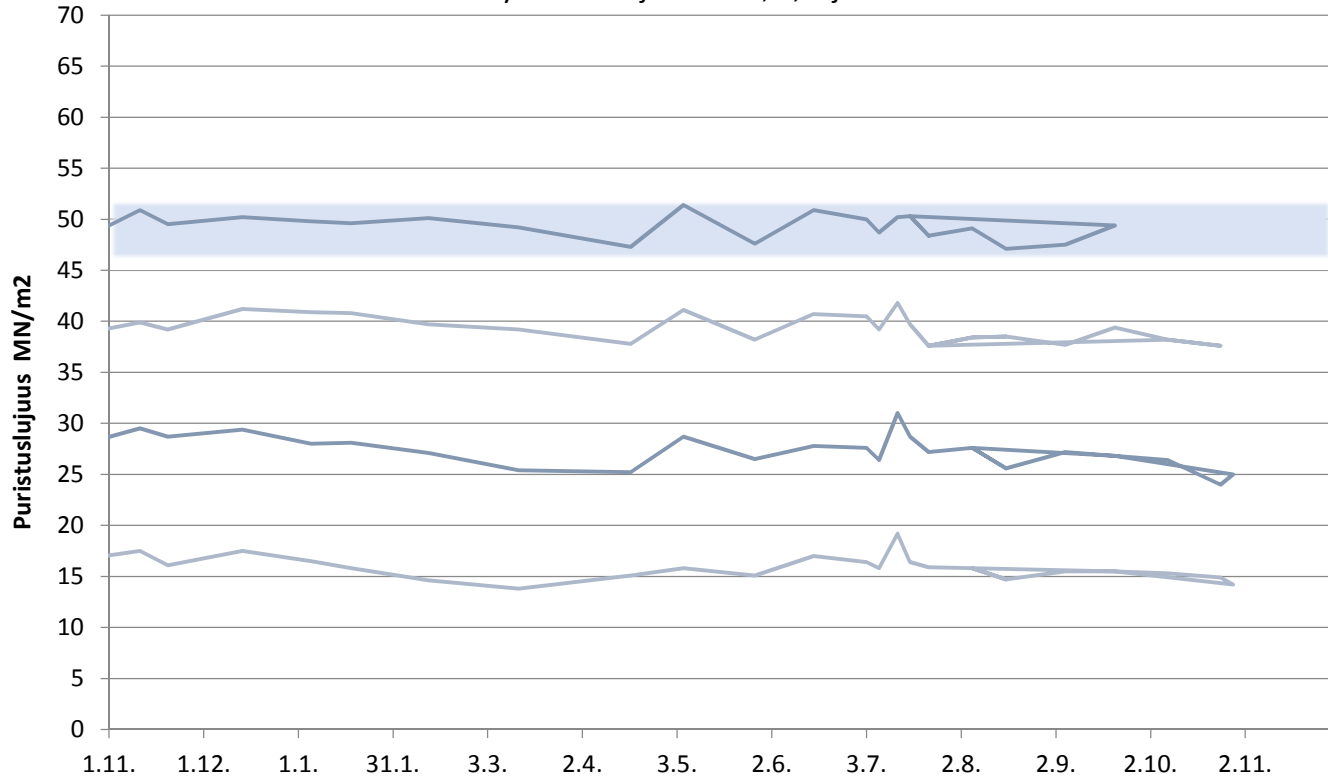

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

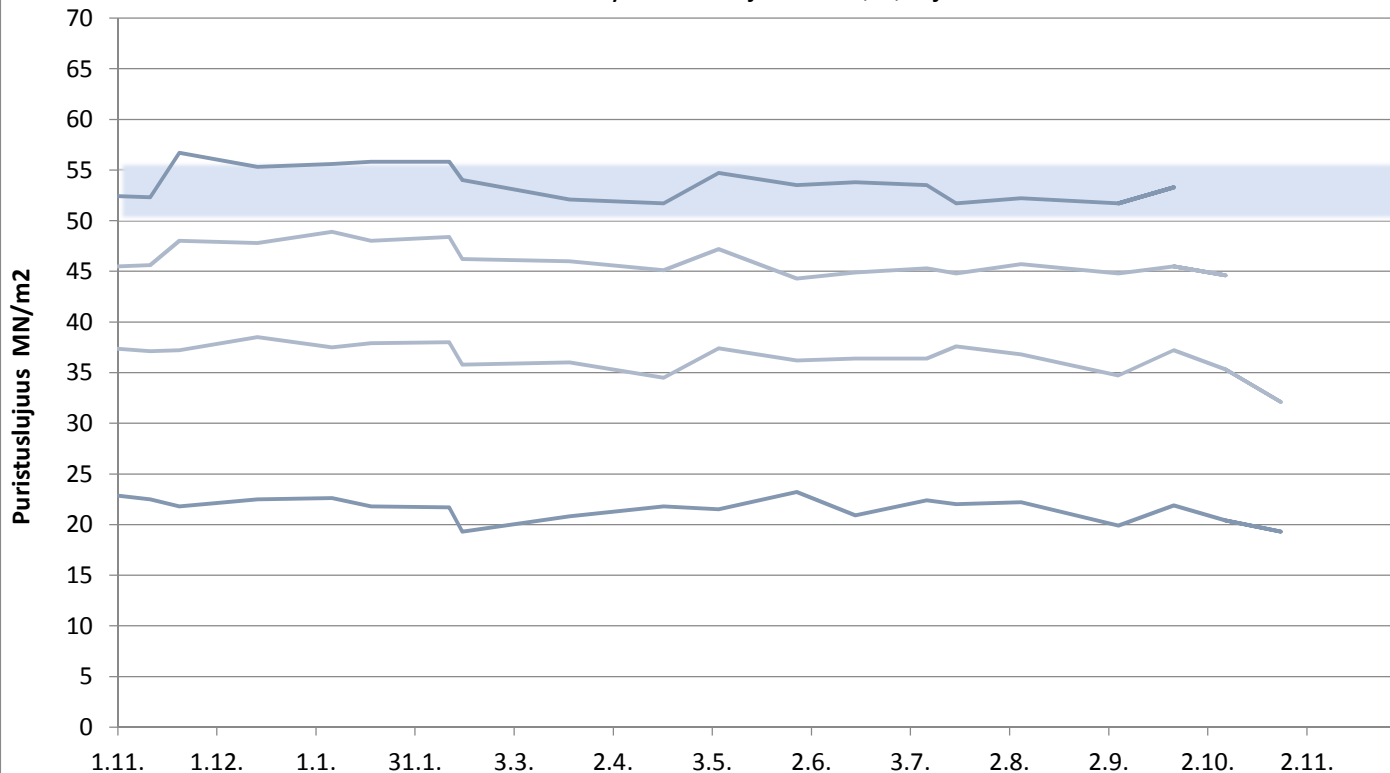


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

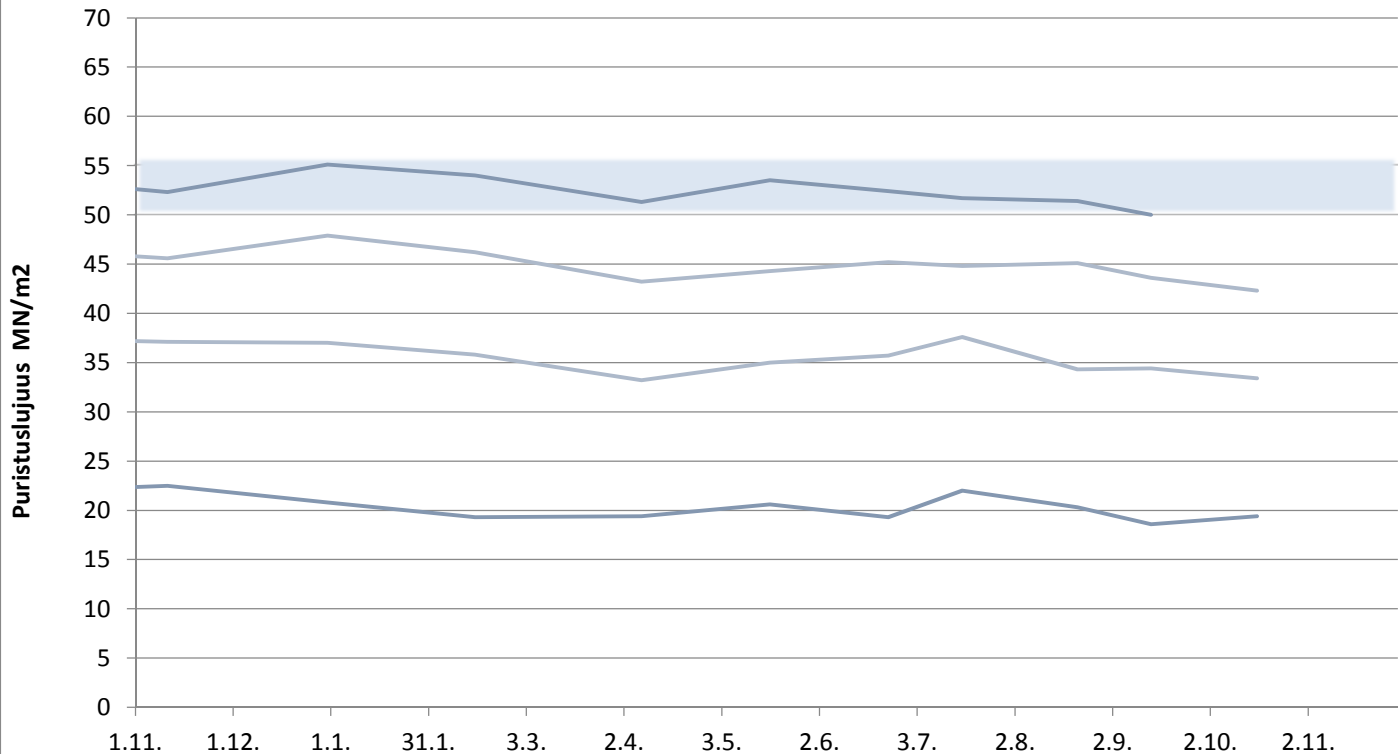

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.11.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

