

Laatuinformaatio vko 46

pvm:

16.11.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	05.11.	26	31.10.	37	10.10.	49	460	33	8	17
	07.11.	26	05.11.	37	15.10.	48				
	12.11.	26	07.11.	38	17.10.	49				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	07.11.	20	31.10.	44	10.10.	52	470	31	8	3
	12.11.	20	05.11.	43	15.10.	51				
	14.11.	20	07.11.	44	17.10.	51				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti CEM I 52.5 R	07.11.	31	05.11.	43	10.10.	59	570	31	4	0
	12.11.	31	07.11.	43	15.10.	59				
	14.11.	30	12.11.	43	17.10.	58				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	31.08.	23	31.08.	64	31.08.	76	400	81	0	0

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	05.11.	25	31.10.	38	10.10.	50	460	33	12	9
	07.11.	25	05.11.	39	15.10.	50				
	12.11.	26	07.11.	39	17.10.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	07.11.	24	31.10.	51	08.10.	61	500	32	7	0
	12.11.	25	05.11.	52	10.10.	60				
	14.11.	25	07.11.	52	15.10.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikasementti CEM I 52.5 R	05.11.	32	05.11.	46	10.10.	64	560	32	3	0
	07.11.	31	07.11.	45	15.10.	63				
	12.11.	32	12.11.	45	17.10.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	05.11.	30	30.10.	45	08.10.	52	380	24	2	0
	07.11.	31	31.10.	46	10.10.	52				
	12.11.	32	05.11.	45	15.10.	53				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti* CEM I 52.5 N	23.10.	18	23.10.	30	27.09.	58	400	34	3.5	0

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
05.11.	388		25.10.	64 %	08.10.	89 %
09.11.	379		29.10.	66 %	11.10.	90 %
12.11.	383		01.11.	64 %	15.10.	90 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

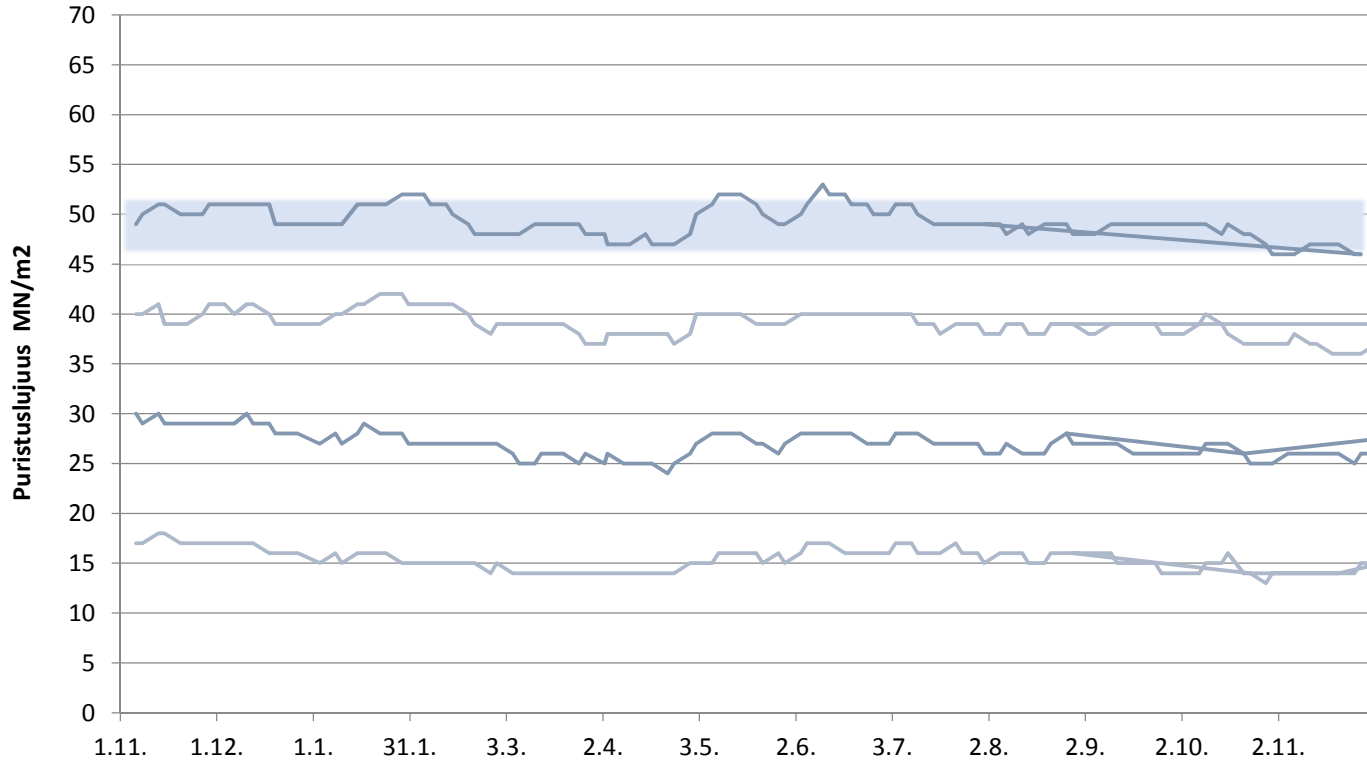


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

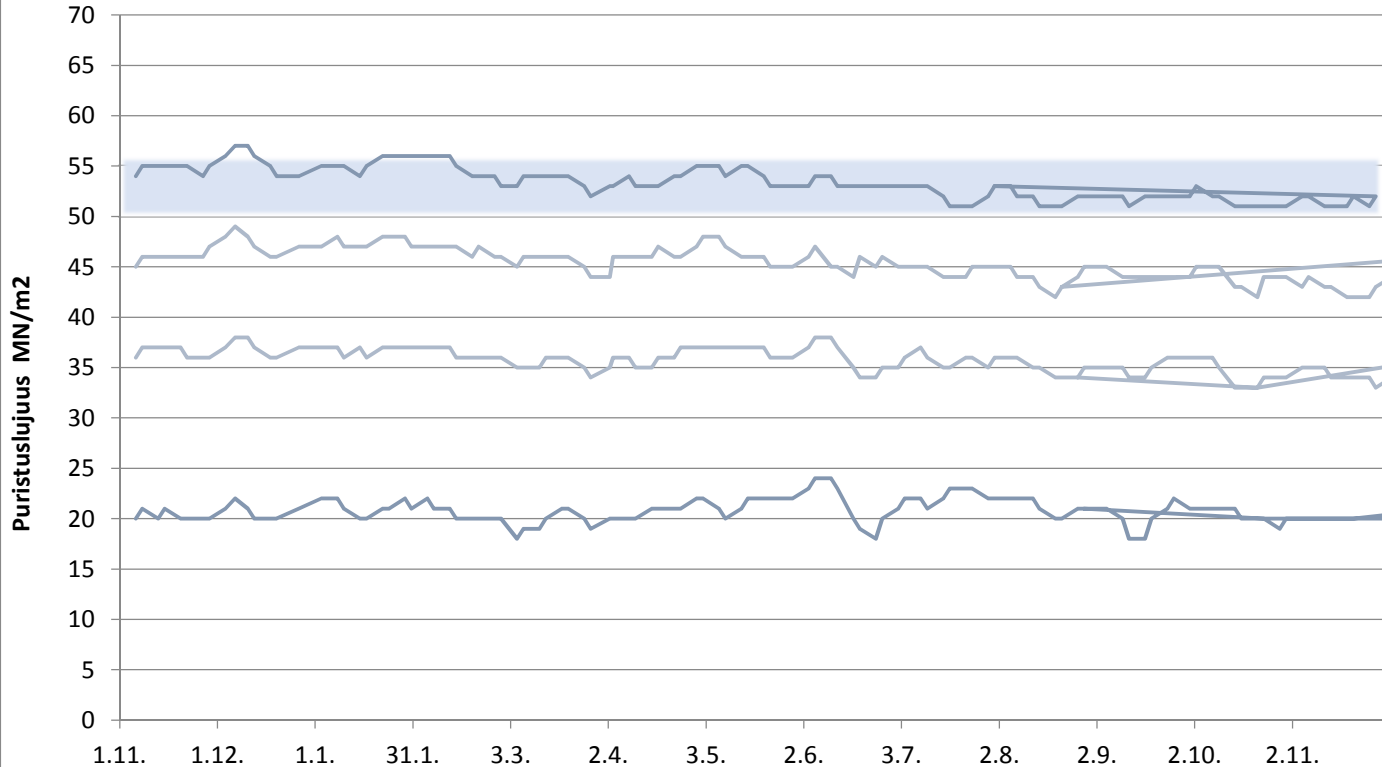


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

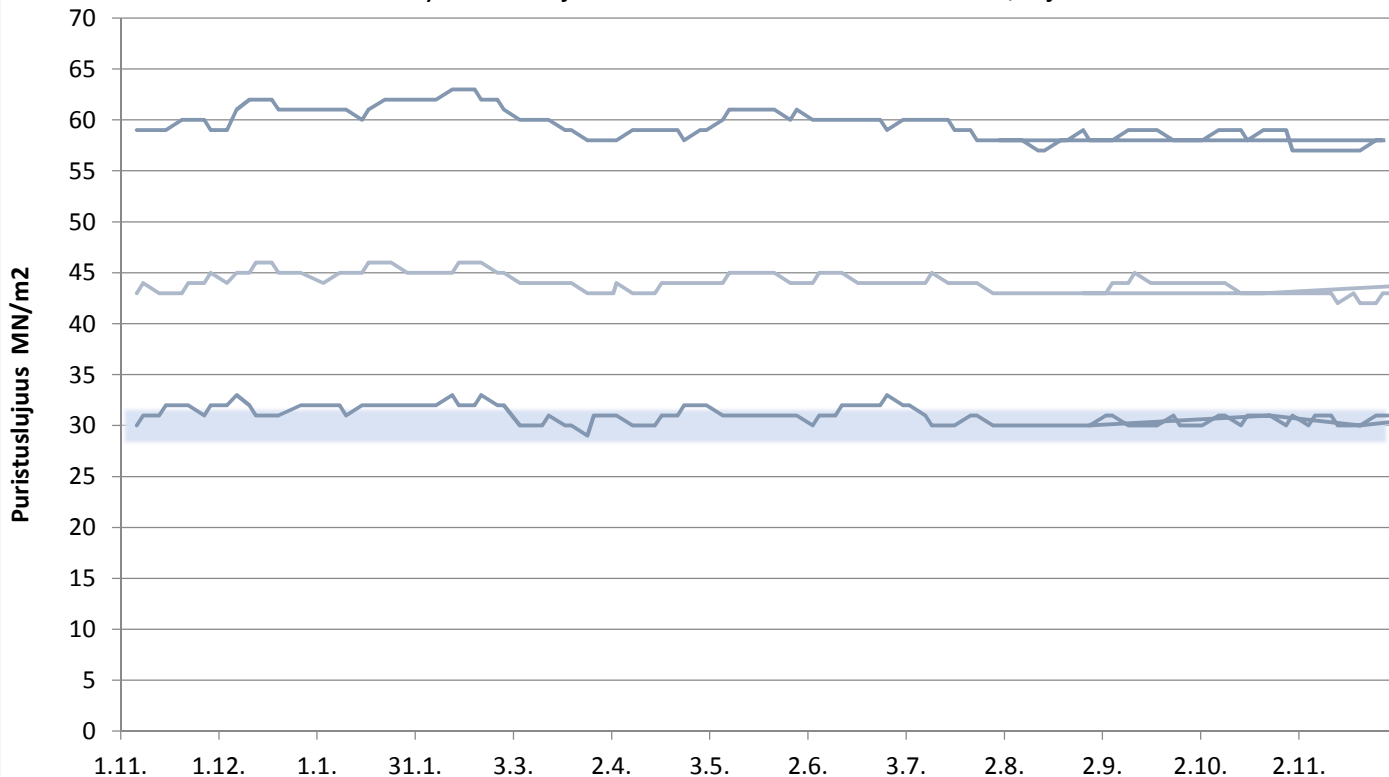


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

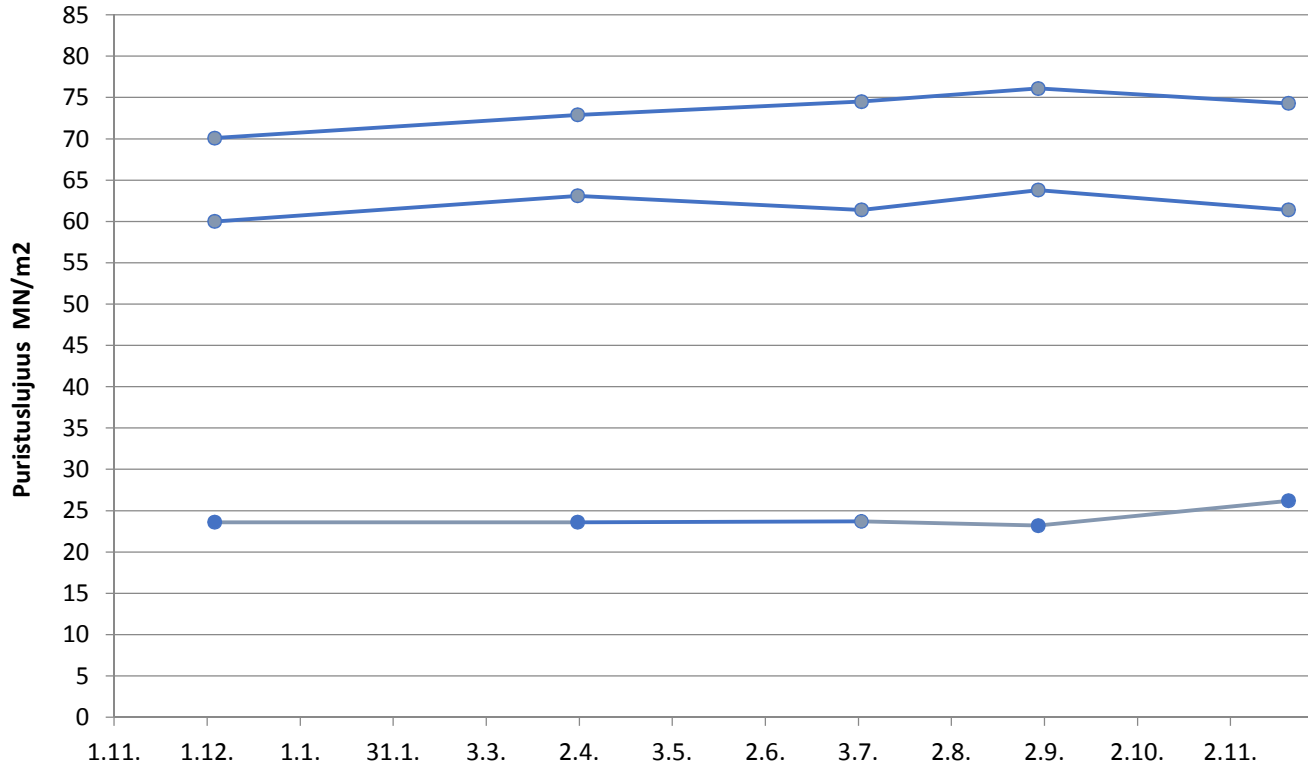


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

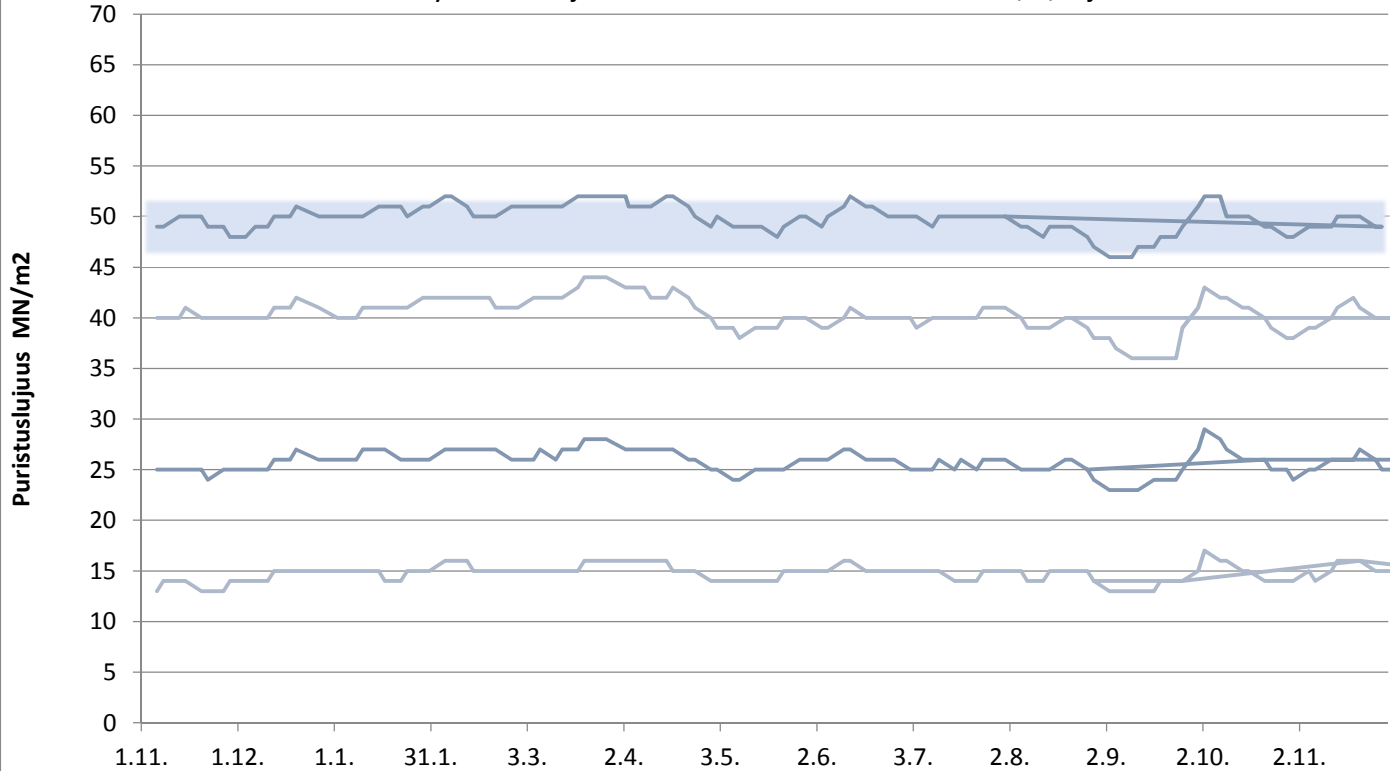


päivitetty 16.11.2018

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

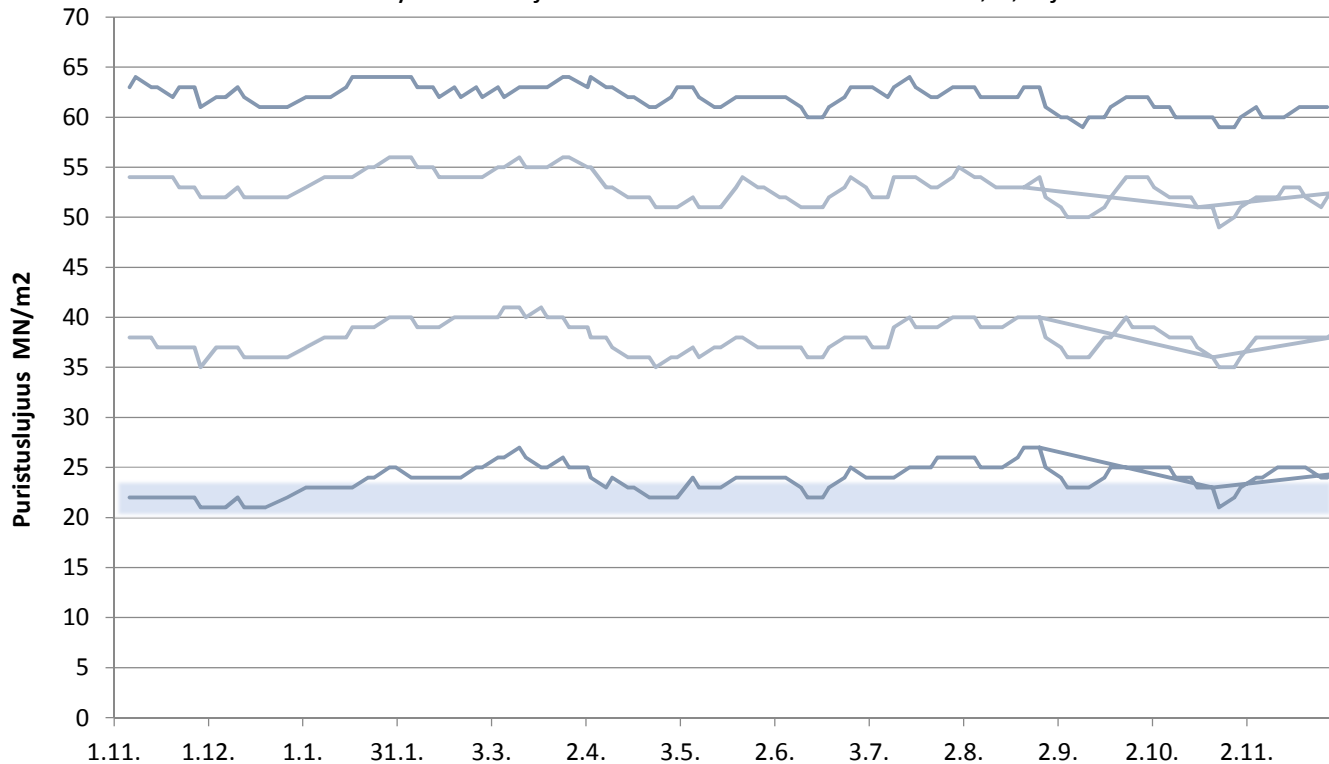


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

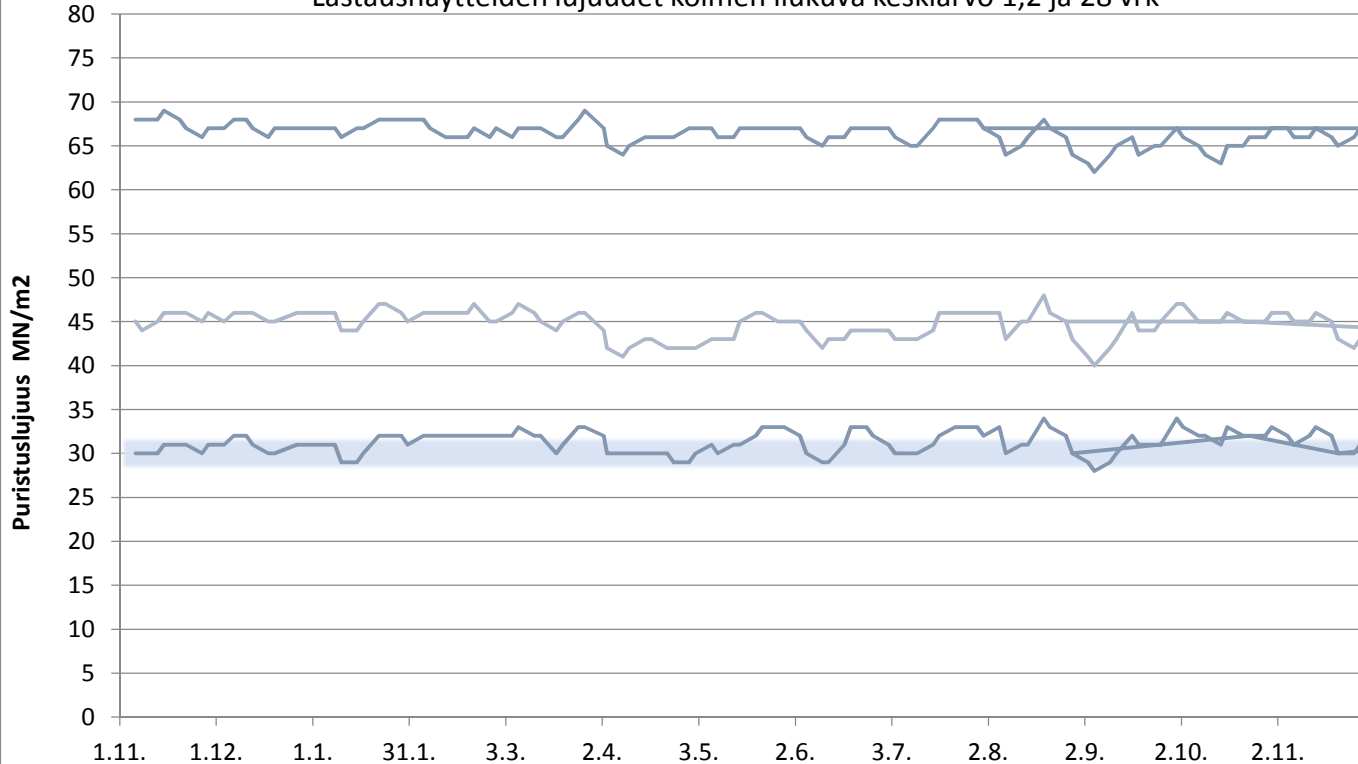


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

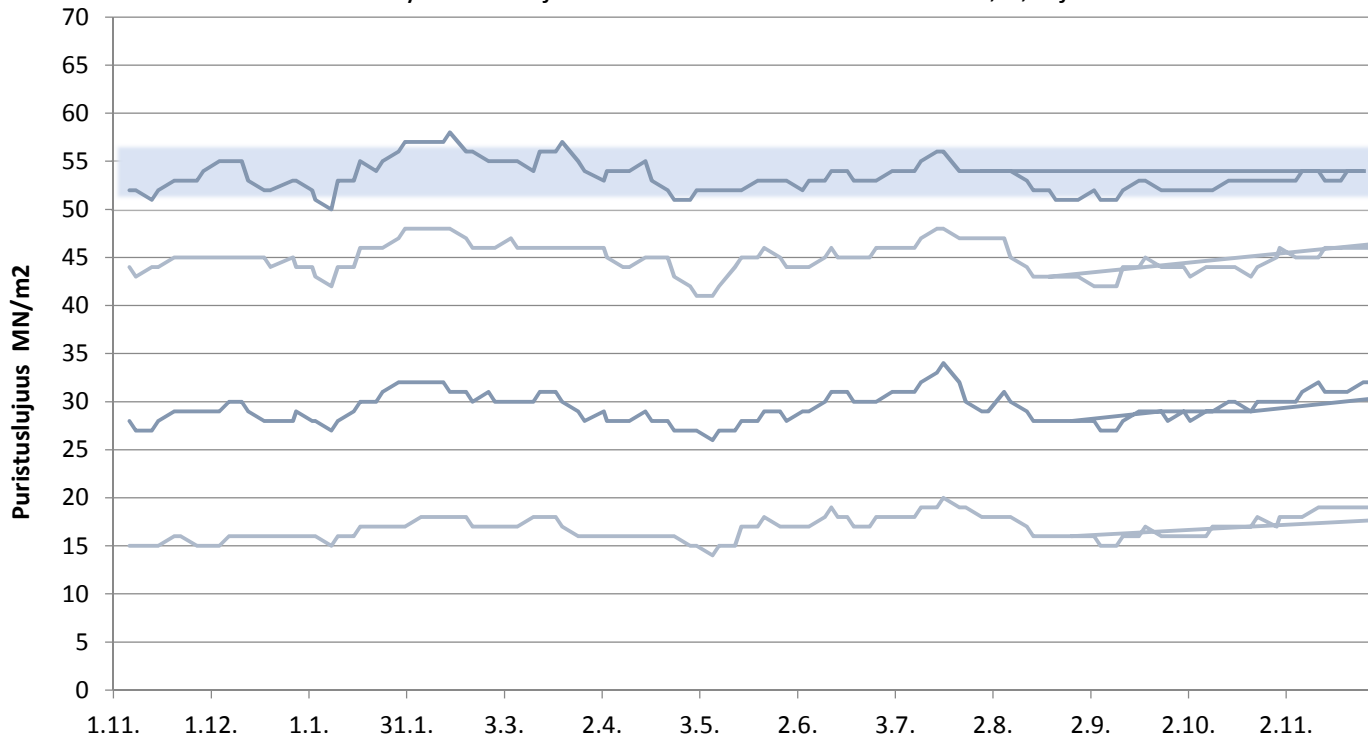


Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

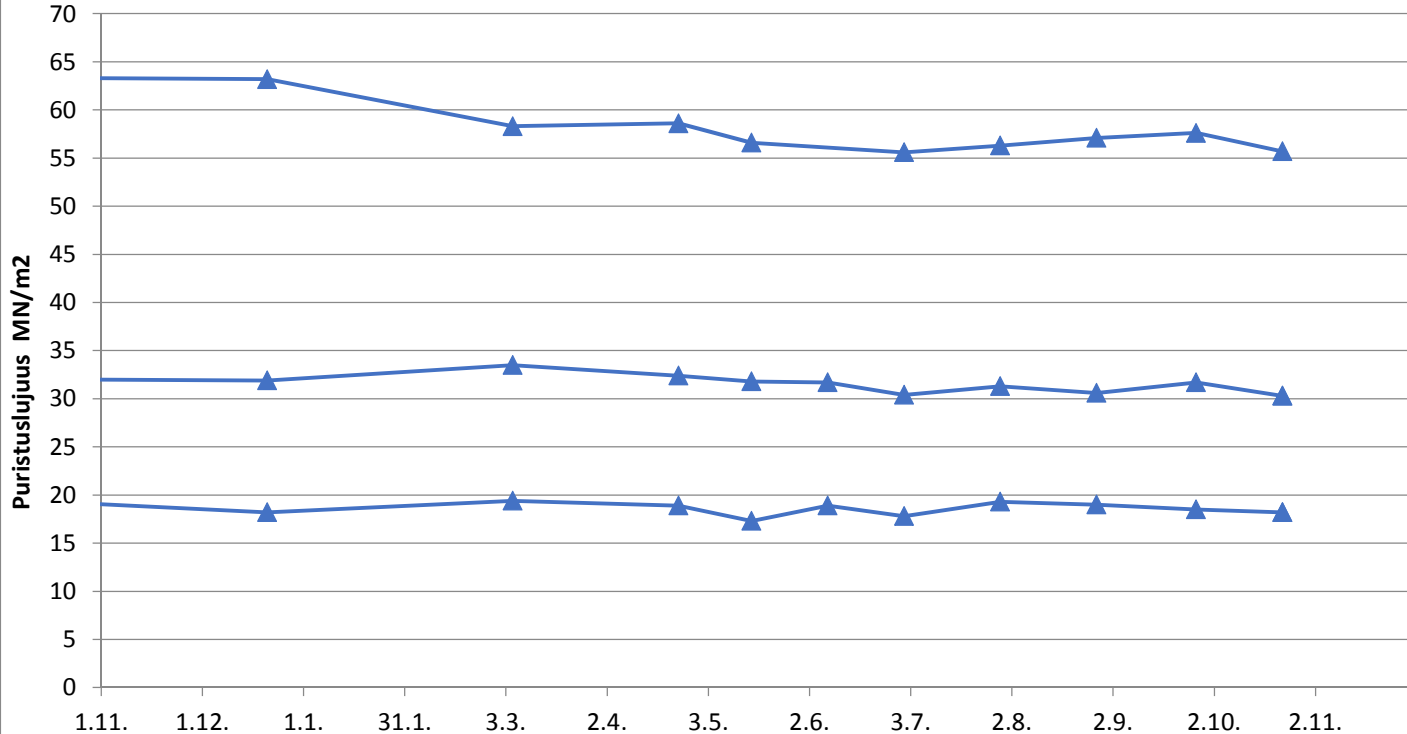

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

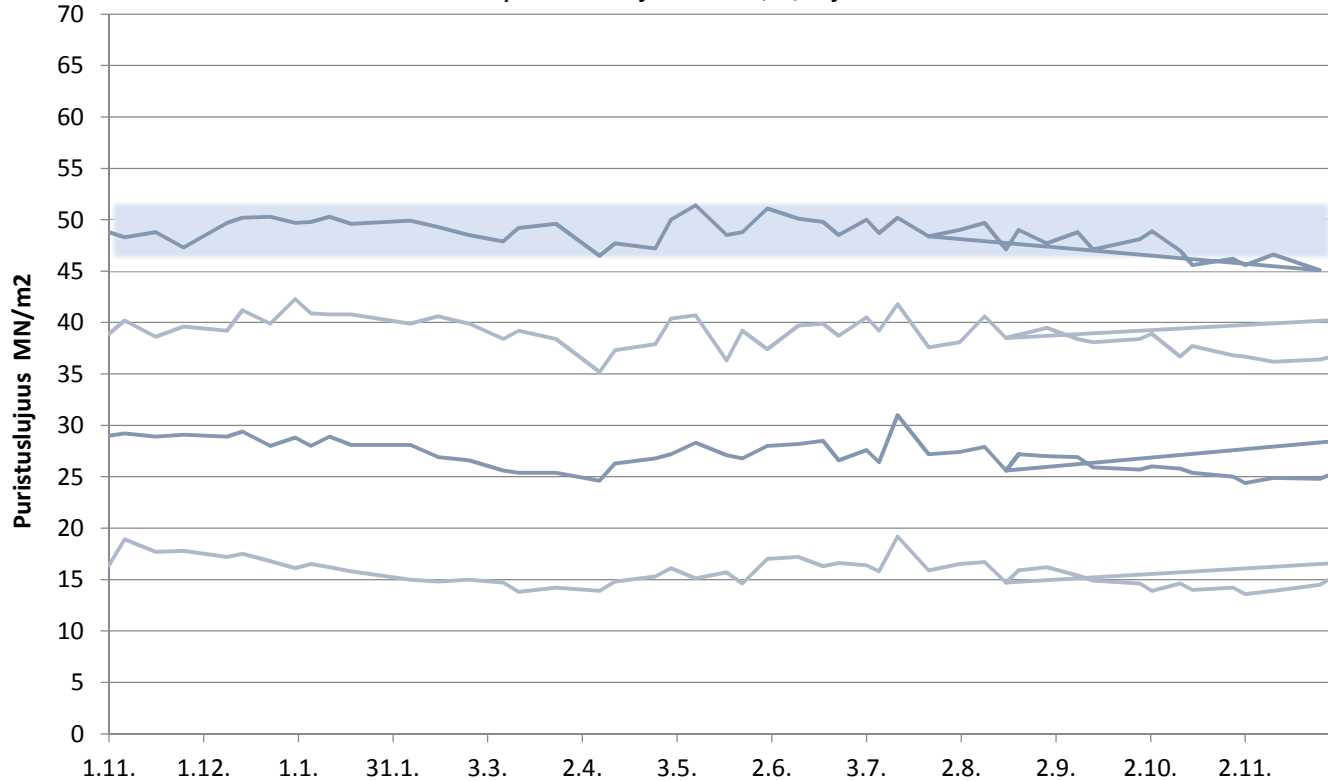


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

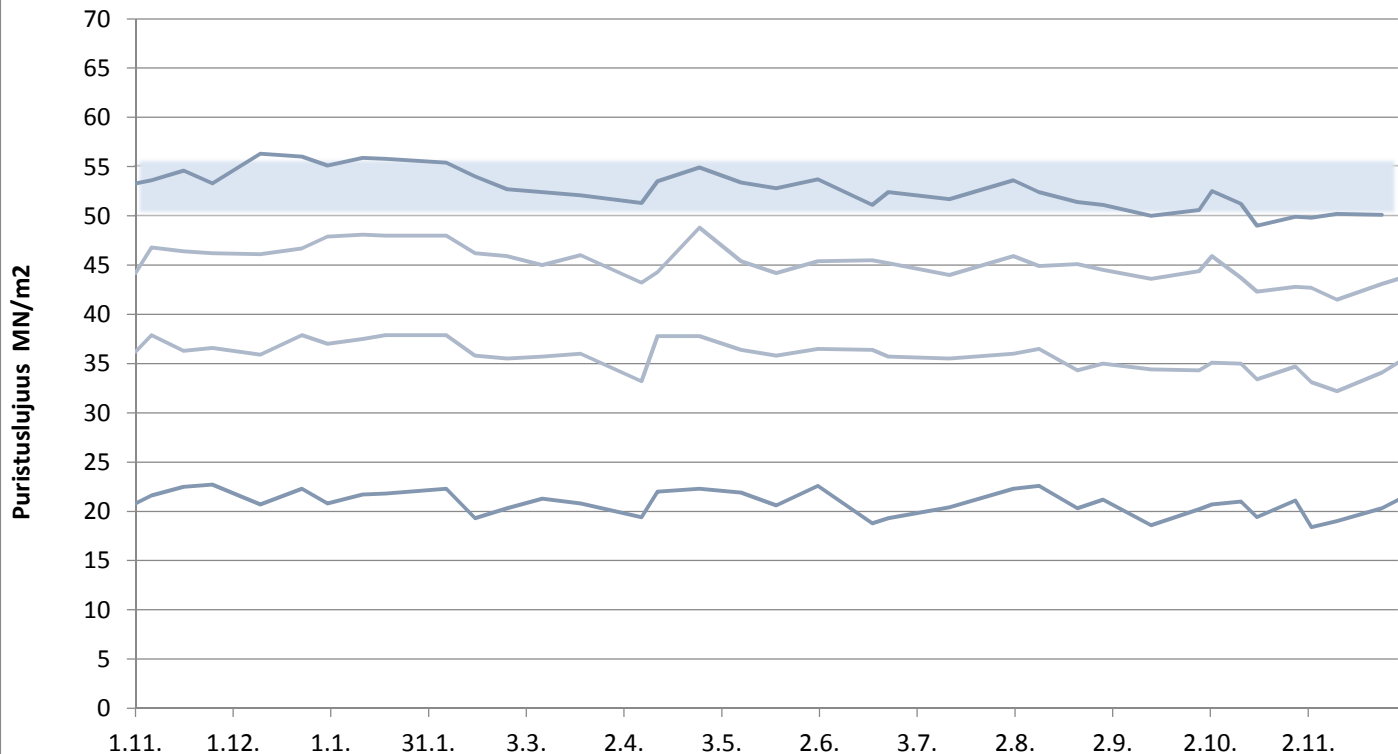


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

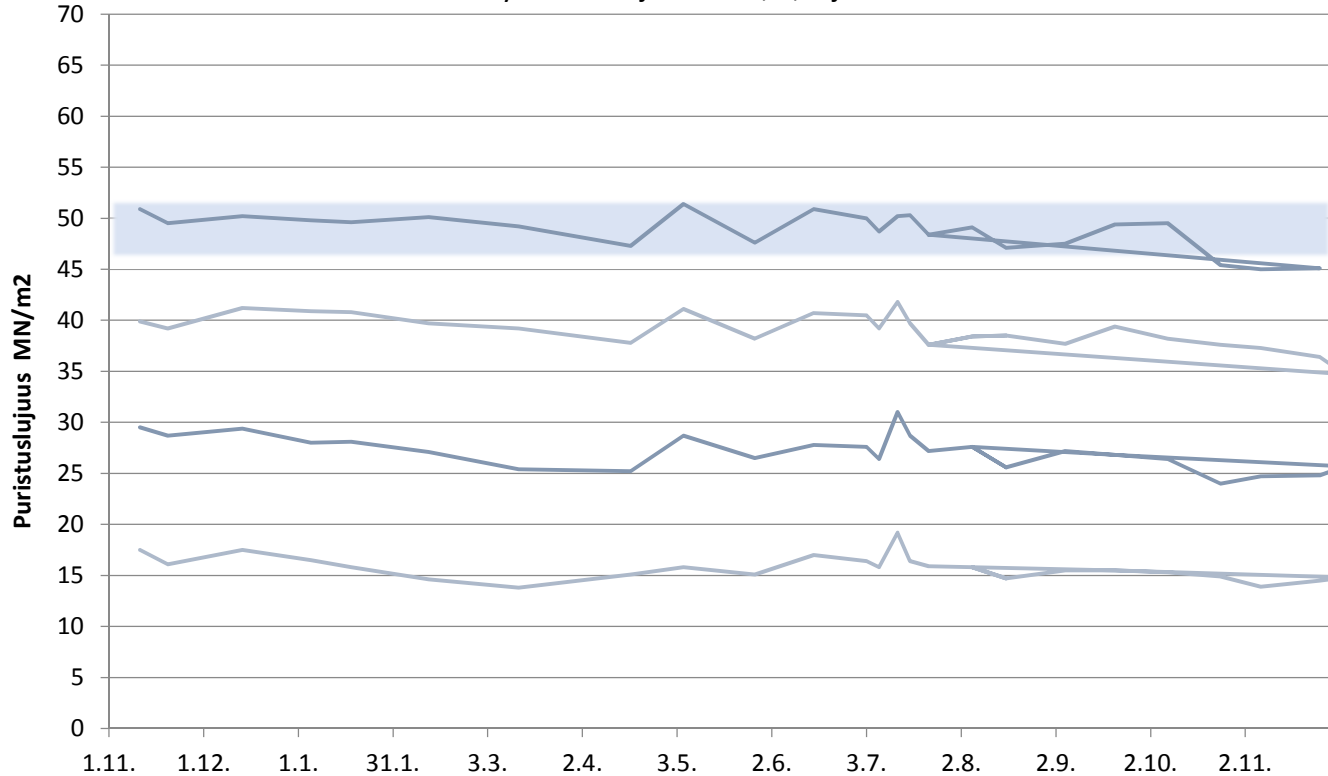

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

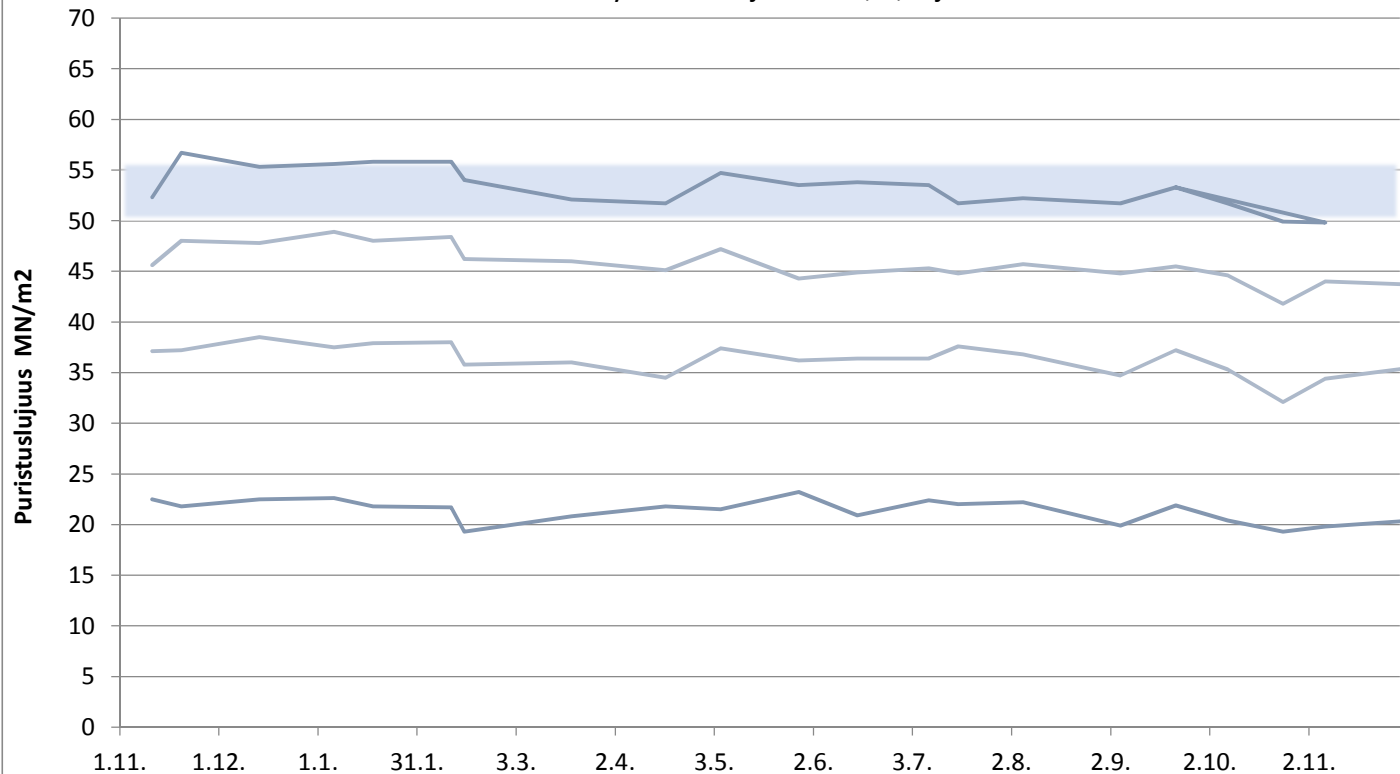


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

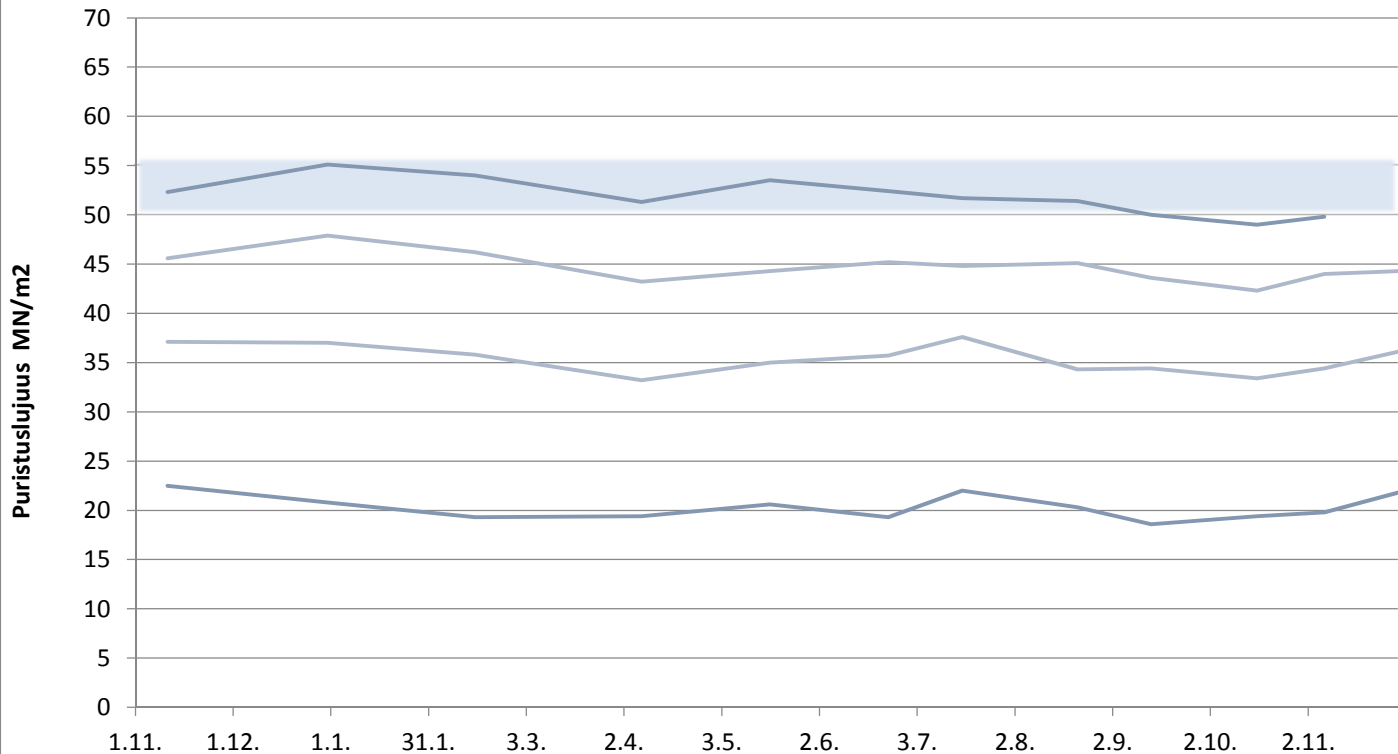

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.11.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

