

Laatuinformaatio vko 16

pvm:

23.4.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

** Plussementti / 1.3.2021 alkaen Oiva-sementti

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti **	14.04.	15	07.04.	42	17.03.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	19.04.	16	12.04.	42	22.03.	53	470	36	11	14
	21.04.	16	14.04.	43	24.03.	54				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	14.04.	23	07.04.	48	17.03.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	19.04.	23	12.04.	48	22.03.	56	460	33	7	0
	21.04.	22	14.04.	48	24.03.	57				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	14.04.	32	12.04.	46	17.03.	63				
CEM I 52.5 R	19.04.	32	14.04.	46	22.03.	63	570	35	4	0
	21.04.	32	19.04.	47	24.03.	63				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	14.04.	13	07.04.	39	17.03.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	19.04.	14	12.04.	39	22.03.	51	470	33	16	9
	21.04.	14	14.04.	40	24.03.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	12.04.	22	07.04.	53	17.03.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	14.04.	22	12.04.	52	22.03.	62	510	30	8	0
	19.04.	22	14.04.	52	24.03.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	14.04.	31	12.04.	44	17.03.	68				
CEM I 52.5 R	19.04.	31	14.04.	44	22.03.	68	580	30	3	0
	21.04.	32	19.04.	44	24.03.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti	12.04.	29	07.04.	46	17.03.	56				
CEM I 42.5 N - SR3	14.04.	29	12.04.	45	22.03.	56	390	22	2	0
	19.04.	30	14.04.	44	24.03.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
05.04.	53 %	15.03.	92 %
08.04.	52 %	18.03.	93 %
12.04.	53 %	23.03.	93 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Sini Ruokonen	0201 206 209


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

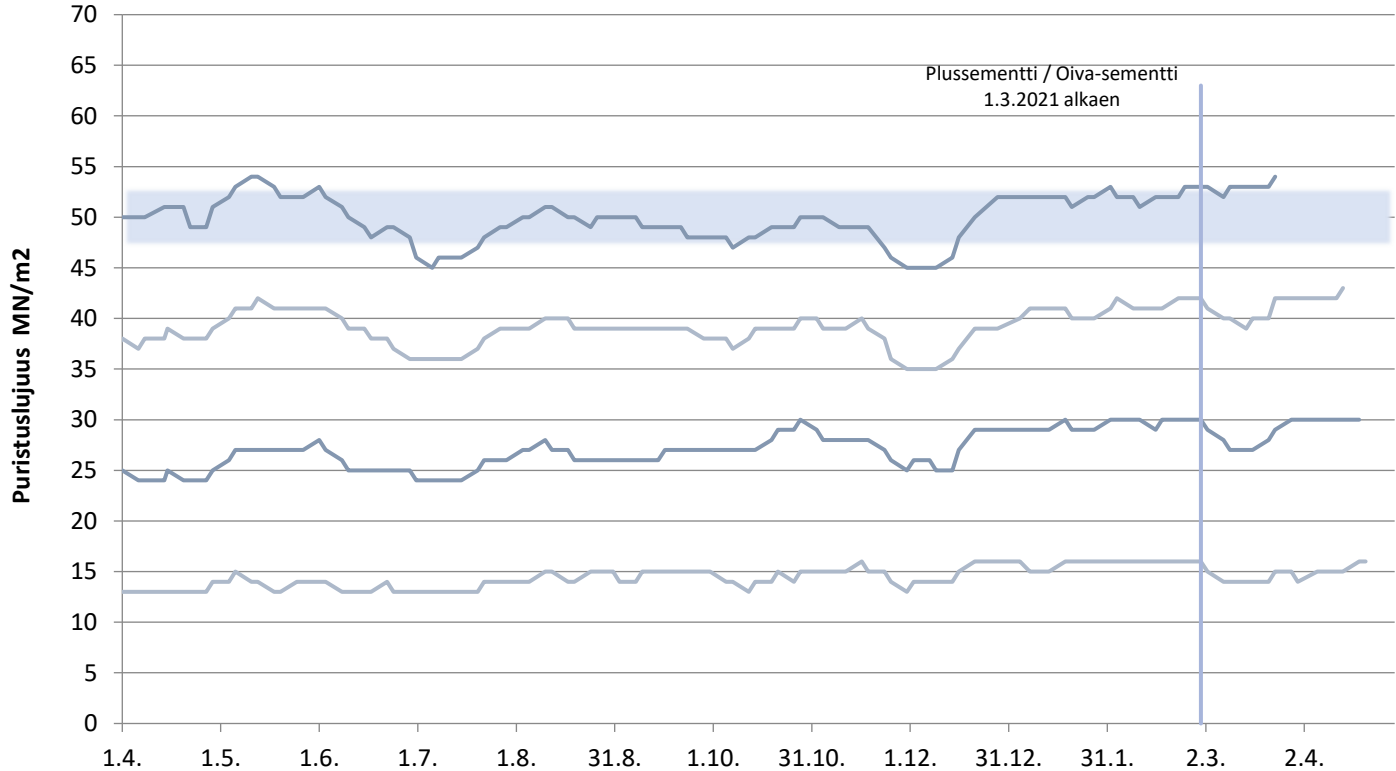


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

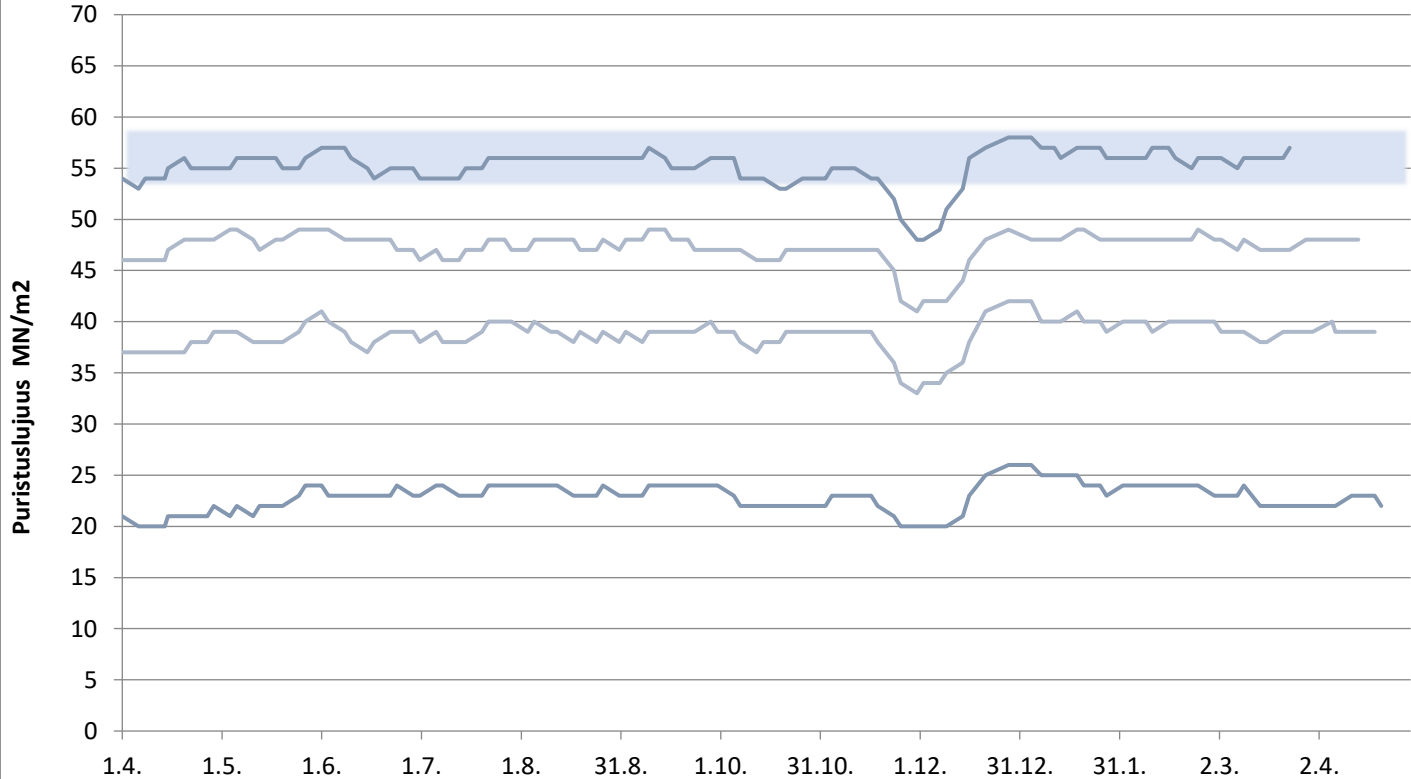


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

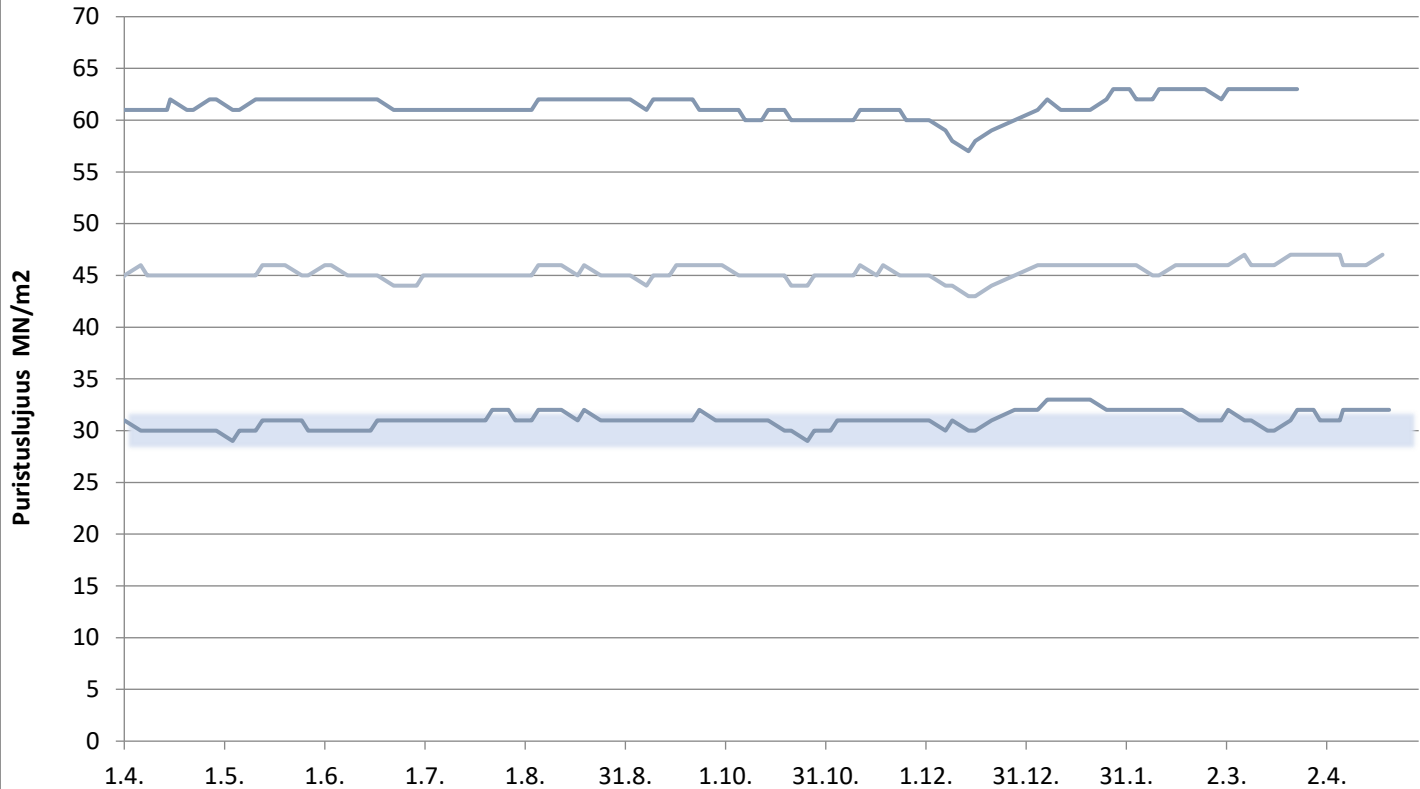


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

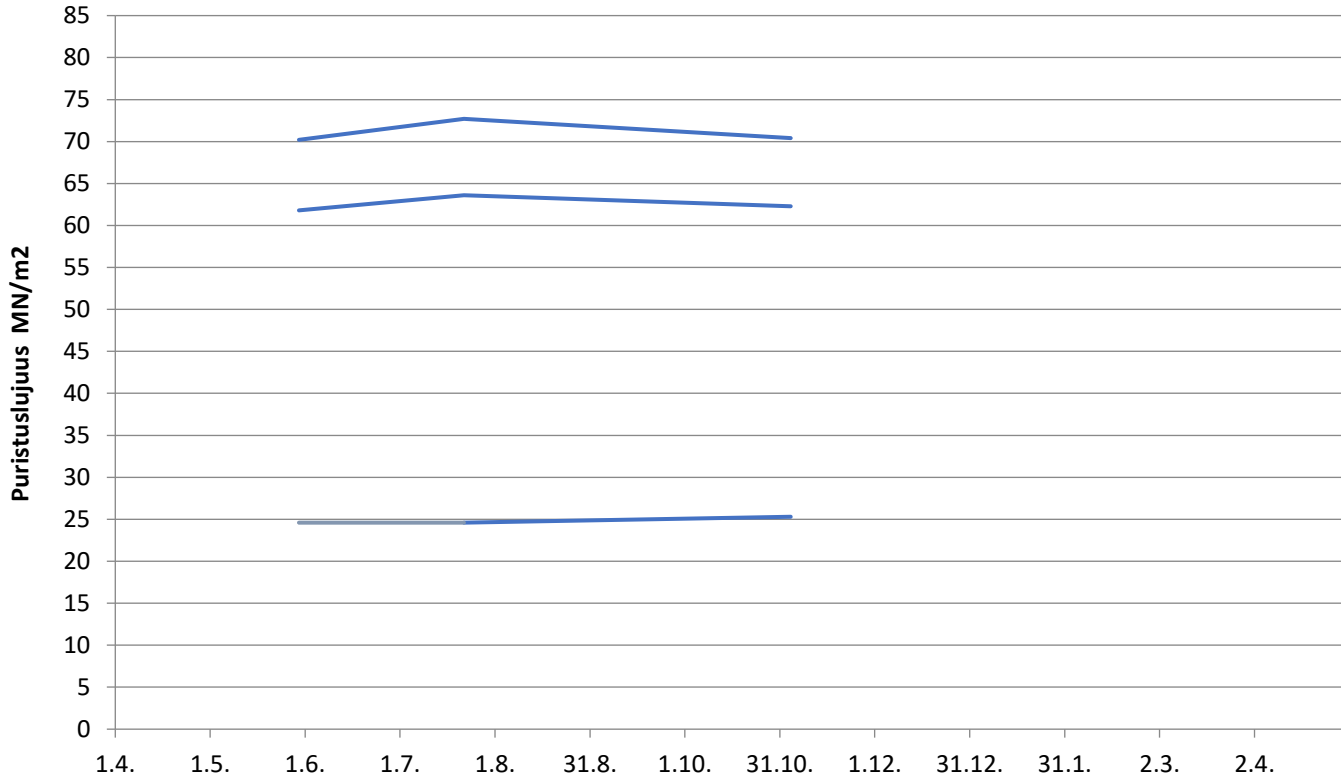

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

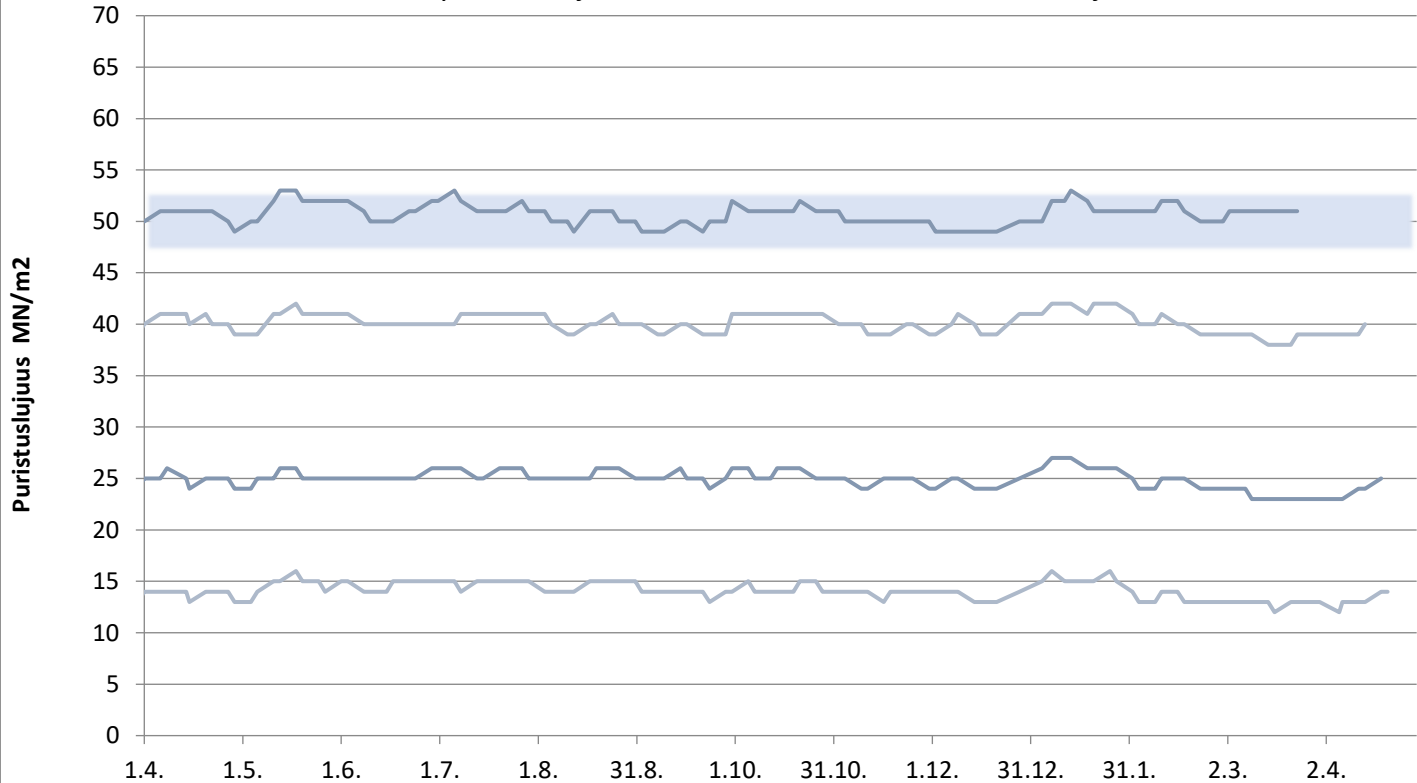

päivitetty 23.4.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

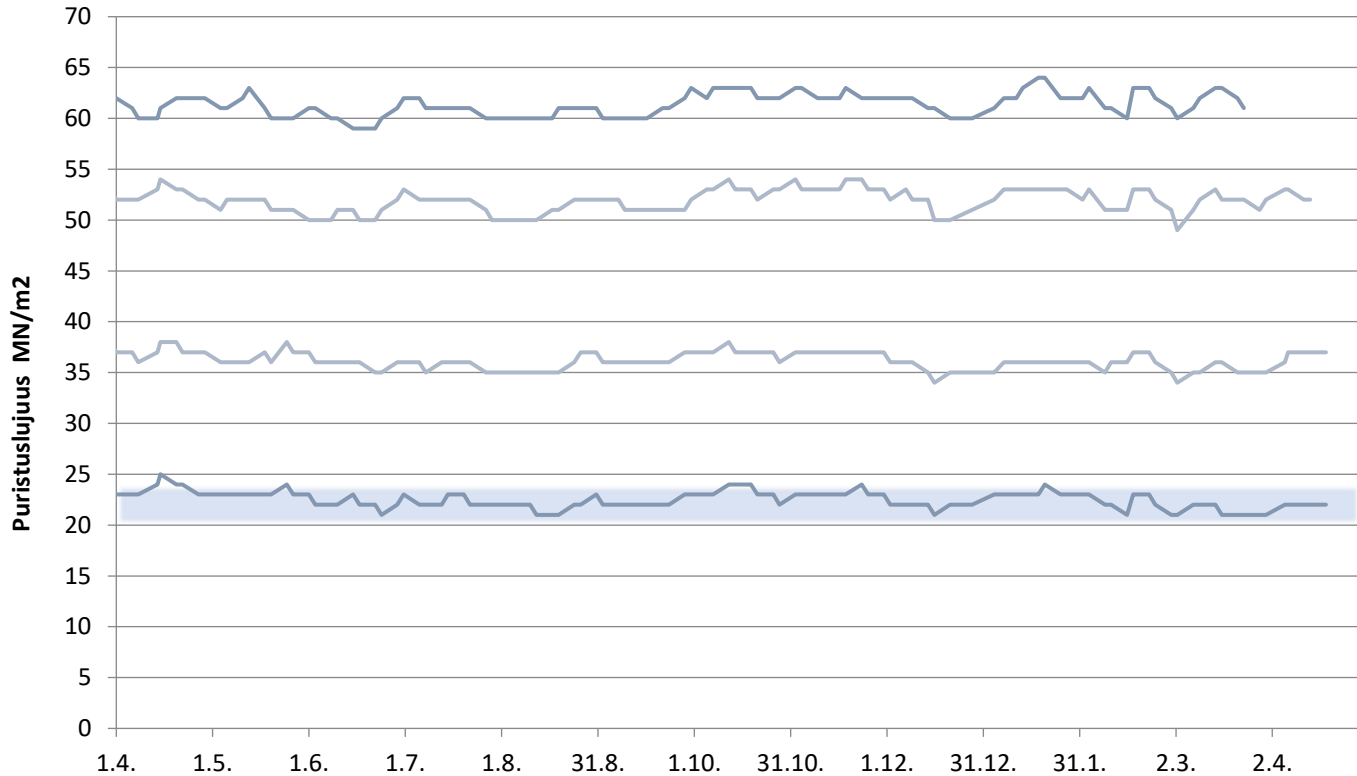


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 23.4.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

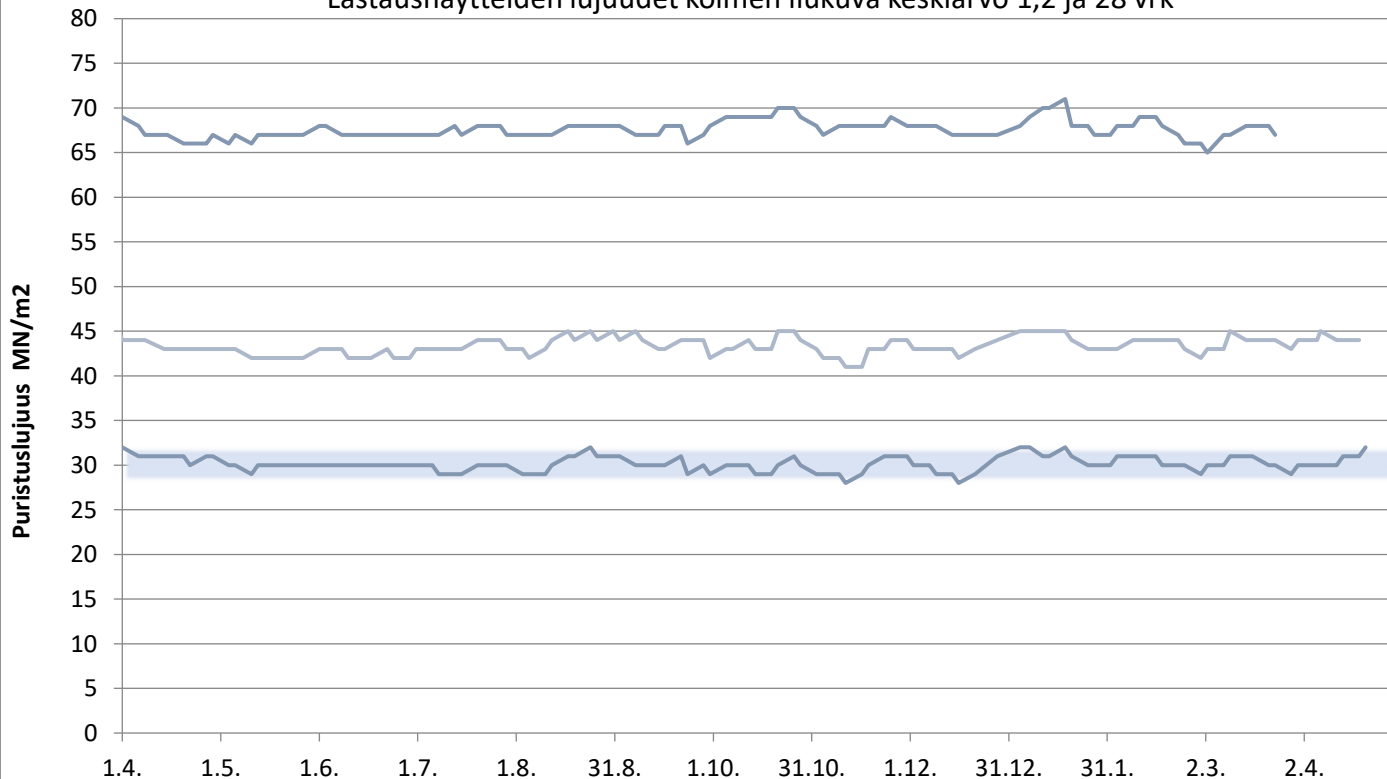


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

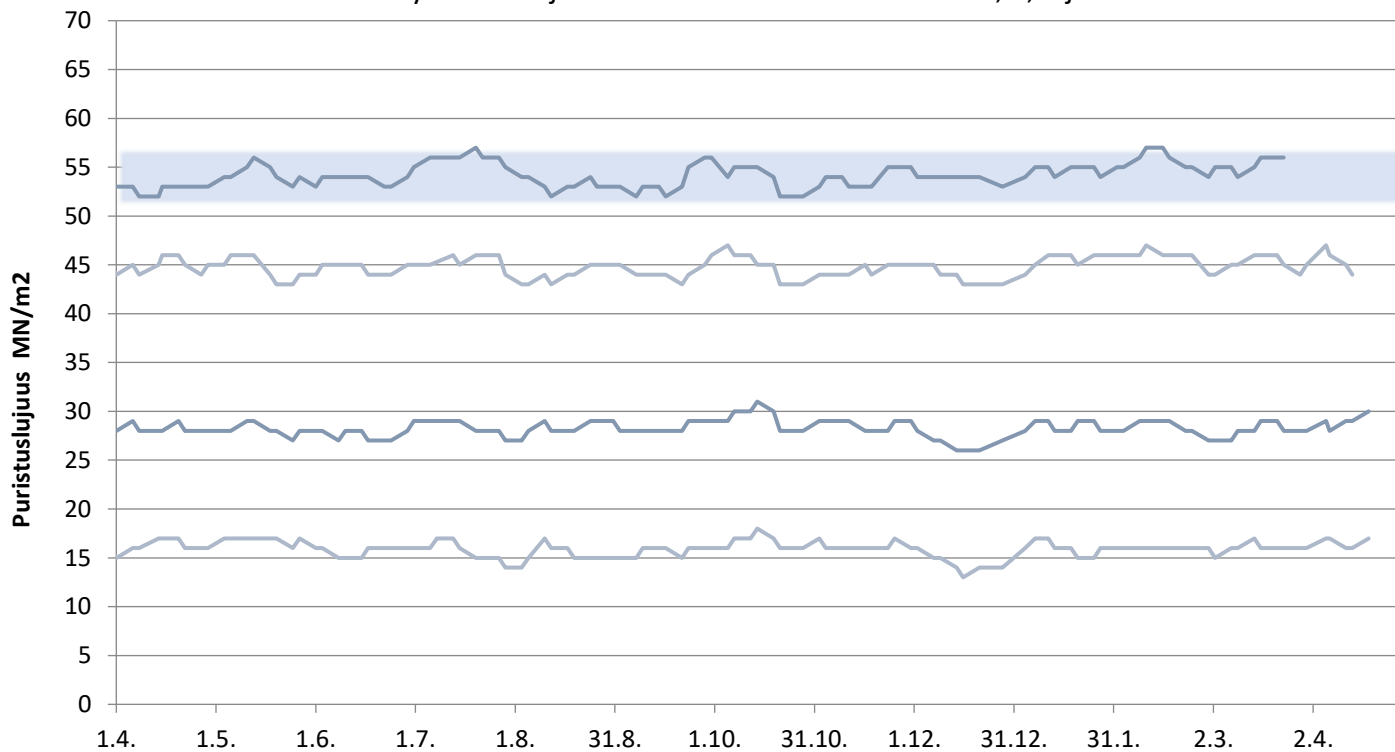


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

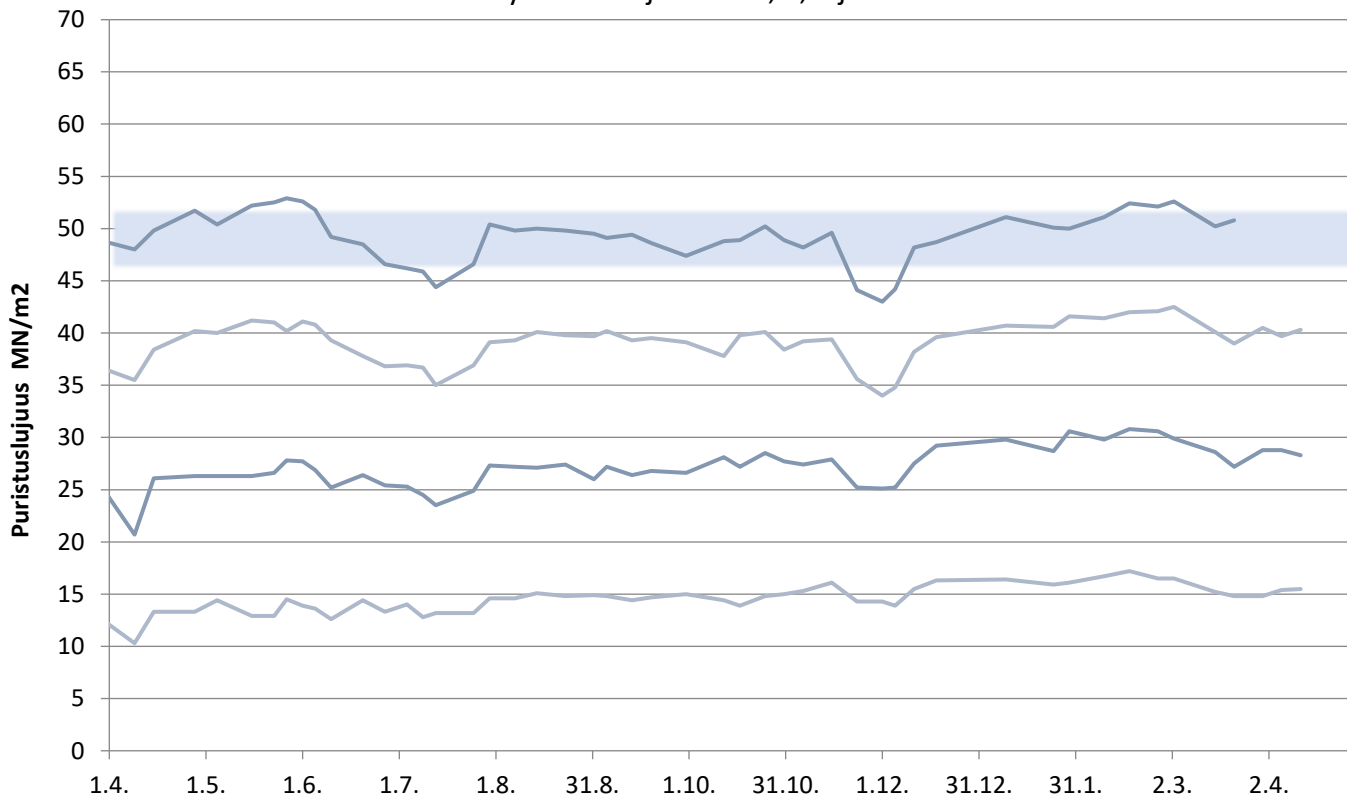


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

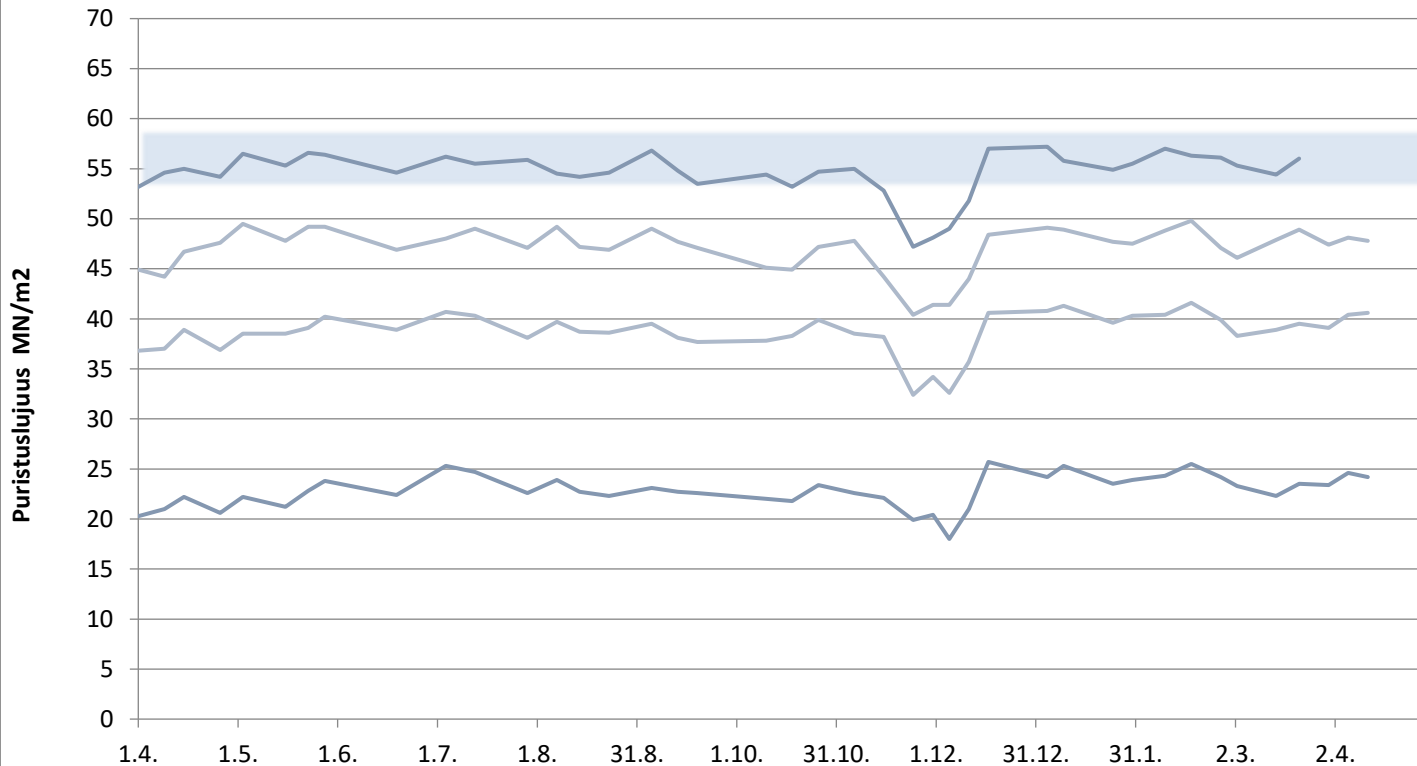


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

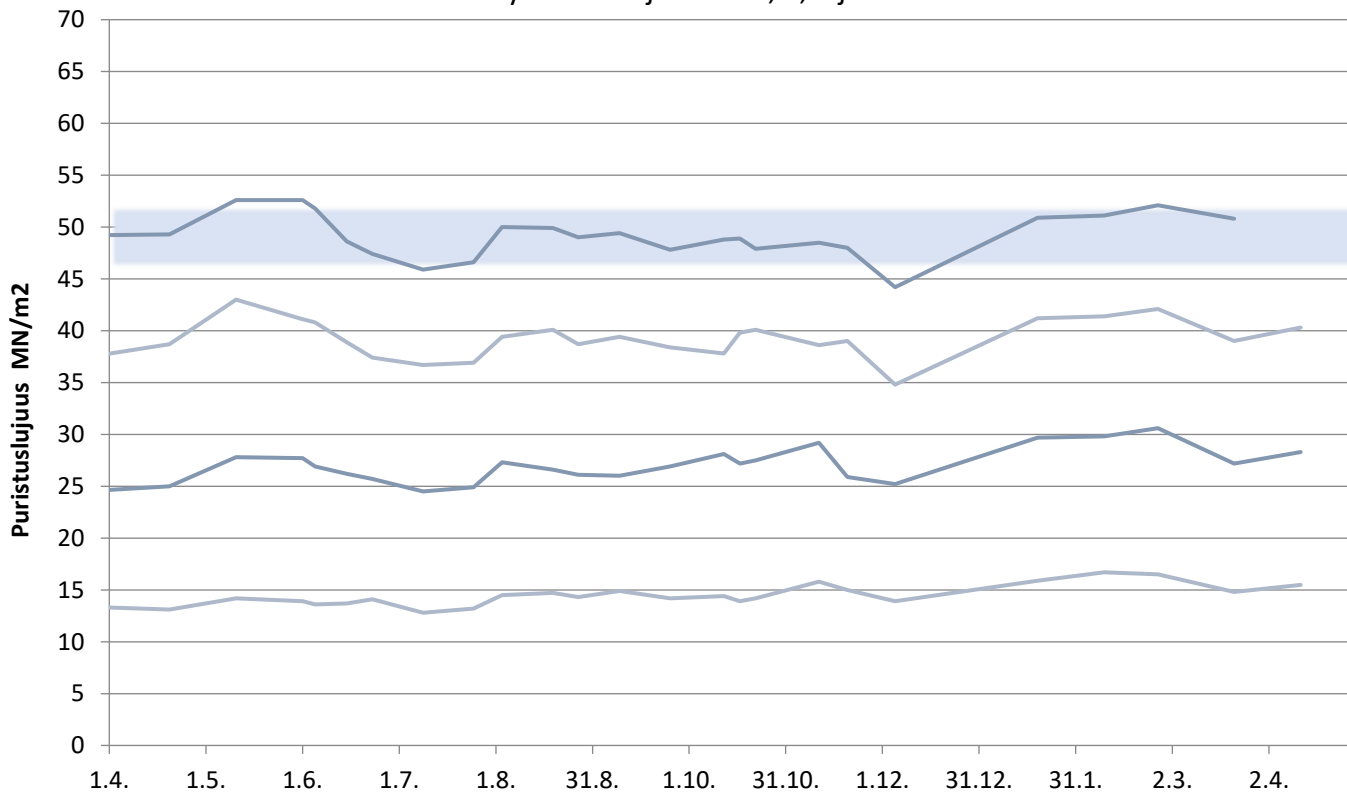


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

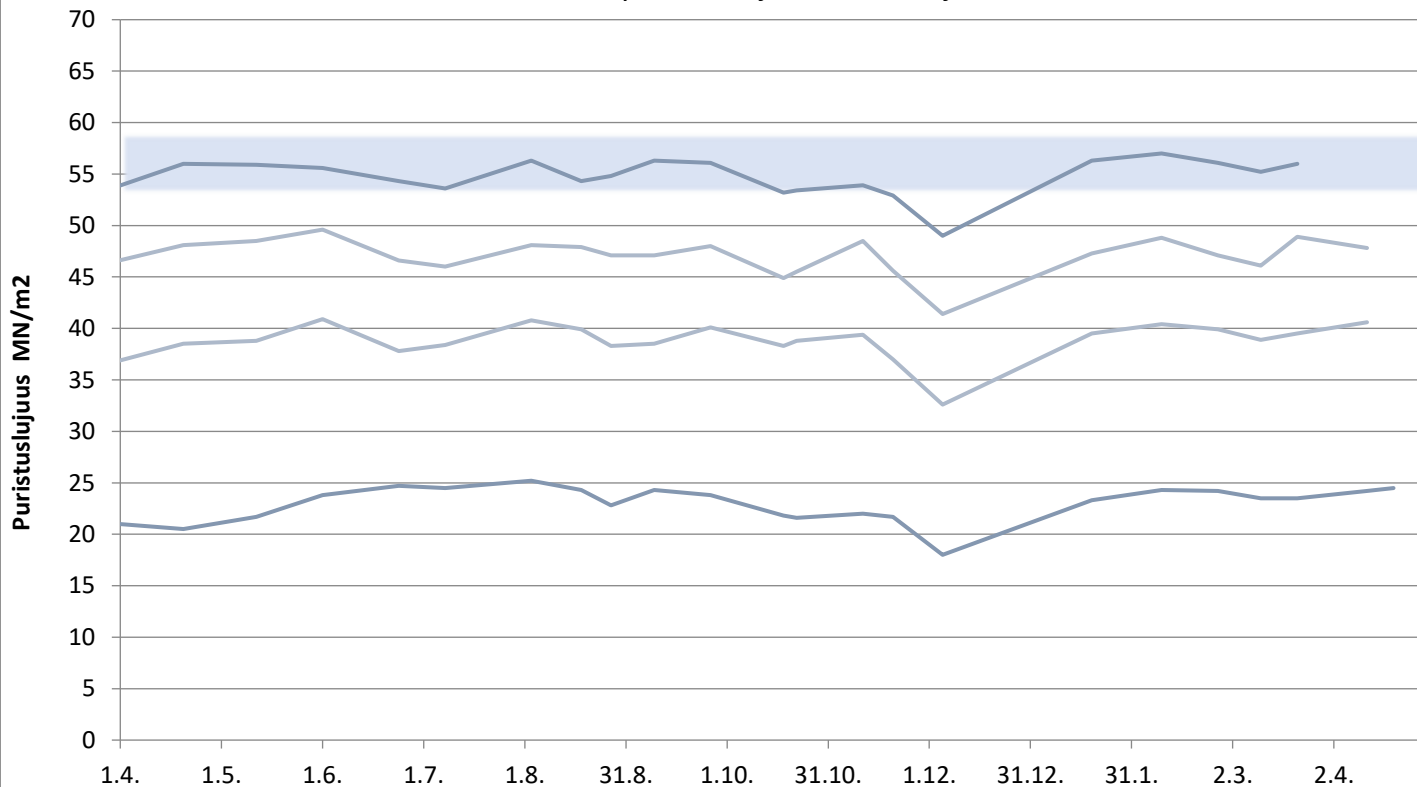


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

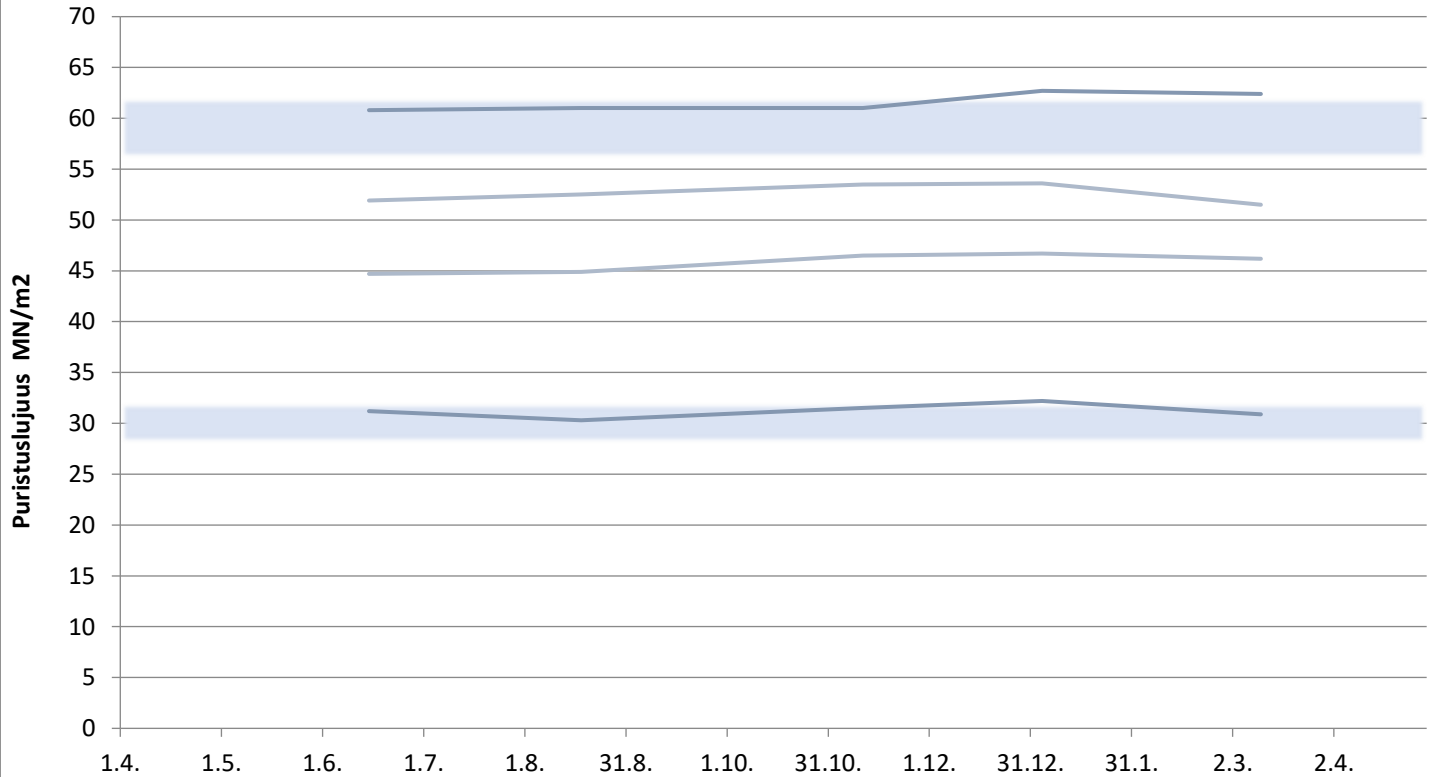

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

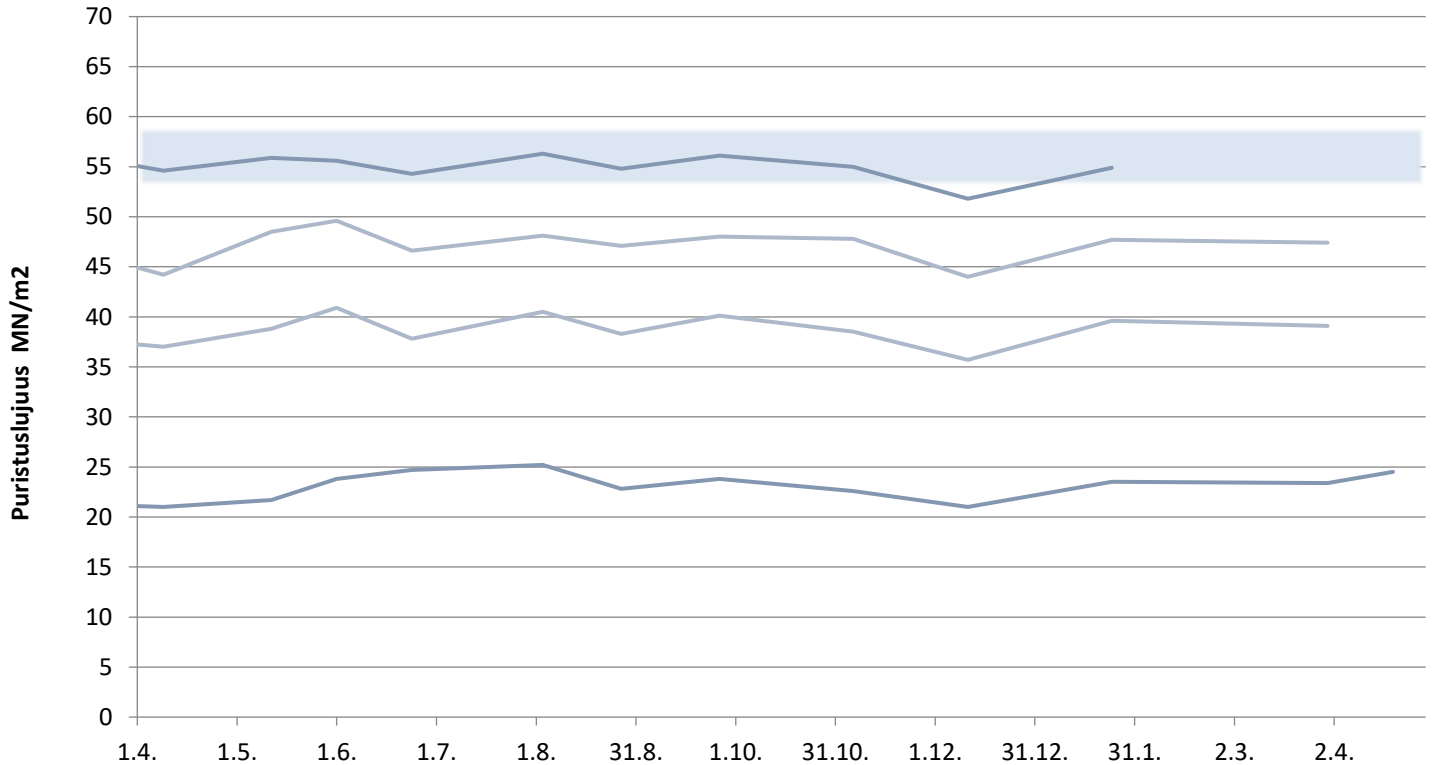

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

