

Laatuinformaatio vko 19

pvm:

14.5.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

** Plussementti / 1.3.2021 alkaen Oiva-sementti

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-sementti **	05.05.	14	28.04.	43	07.04.	55										
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	10.05.	14	03.05.	43	12.04.	55	460	37	11	14						
	12.05.	14	05.05.	42	14.04.	55										
	05.05.	20	28.04.	47	07.04.	56										
Rapidsementti	10.05.	20	03.05.	47	12.04.	56	460	34	7	0						
CEM II/A-LL 42.5 R	12.05.	20	05.05.	47	14.04.	56										
	05.05.	31	03.05.	46	07.04.	62										
Pikaseimentti	10.05.	30	05.05.	46	12.04.	61	550	35	4	0						
CEM I 52.5 R	12.05.	30	10.05.	45	14.04.	61										
	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0						
Valkosementti *																
CEM I 52.5 R - SR5																

Lappeenranta

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-sementti	05.05.	13	28.04.	40	07.04.	51										
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	10.05.	14	03.05.	39	12.04.	51	440	32	17	9						
	12.05.	14	05.05.	40	14.04.	52										
	03.05.	24	28.04.	54	06.04.	62										
Rapidsementti	05.05.	24	03.05.	54	07.04.	62	500	31	8	0						
CEM II/A-LL 52.5 N	10.05.	24	05.05.	54	12.04.	62										
	05.05.	31	03.05.	43	07.04.	68										
Pikaseimentti	10.05.	31	05.05.	44	12.04.	68	550	30	3	0						
CEM I 52.5 R	12.05.	31	10.05.	45	14.04.	70										
	03.05.	28	28.04.	47	07.04.	55										
SR-sementti	05.05.	29	03.05.	47	12.04.	55	380	22	2	0						
CEM I 42.5 N - SR3	10.05.	29	05.05.	46	14.04.	55										

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
26.04.	50 %	05.04.	87 %
29.04.	49 %	08.04.	86 %
03.05.	49 %	12.04.	88 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Sini Ruokonen	0201 206 209


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

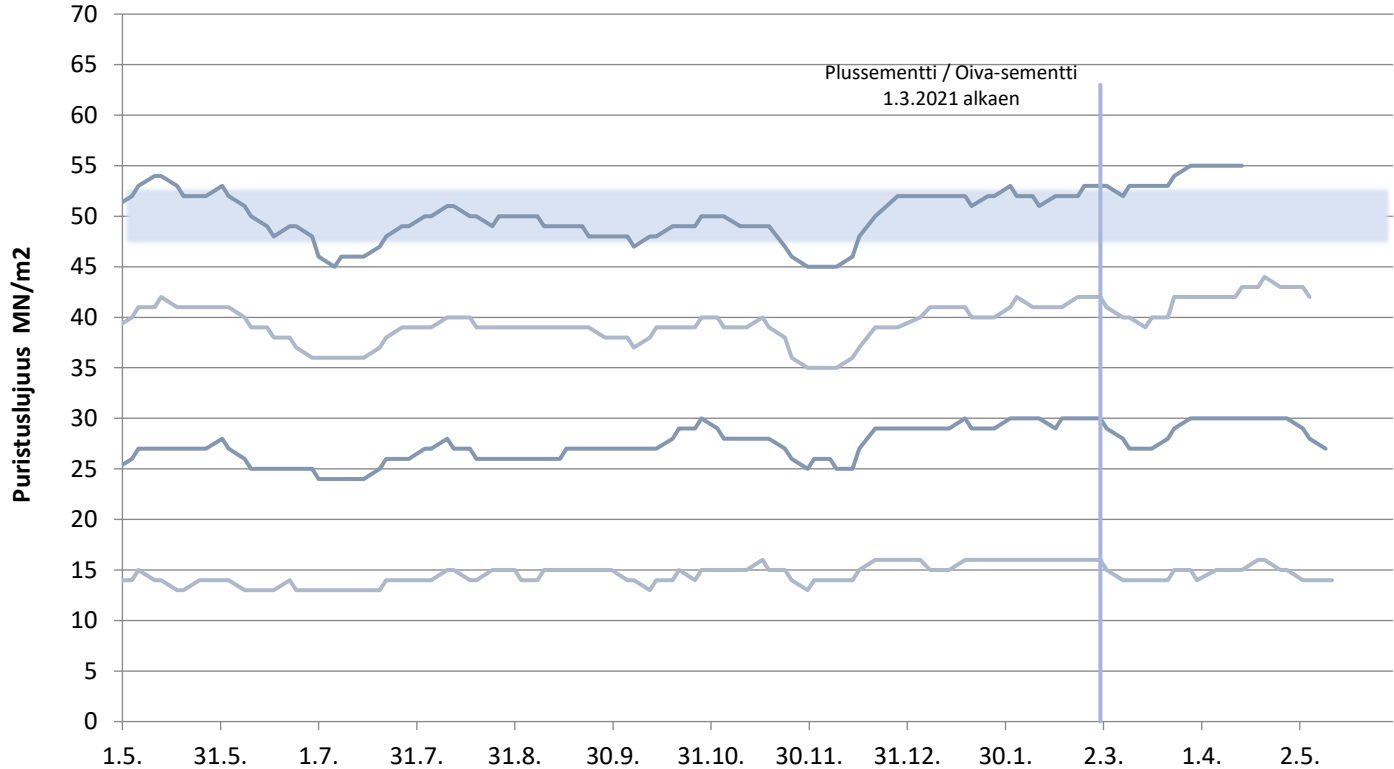


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

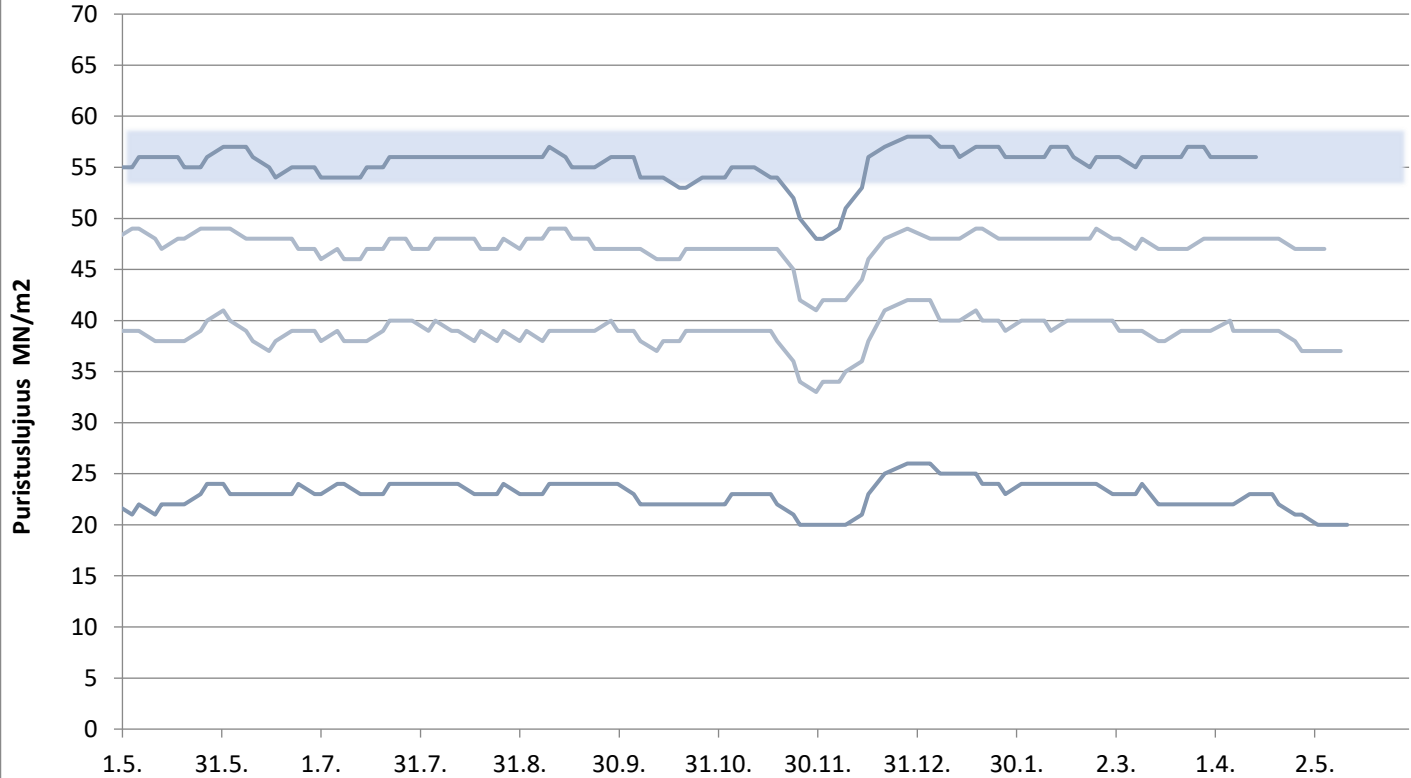


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

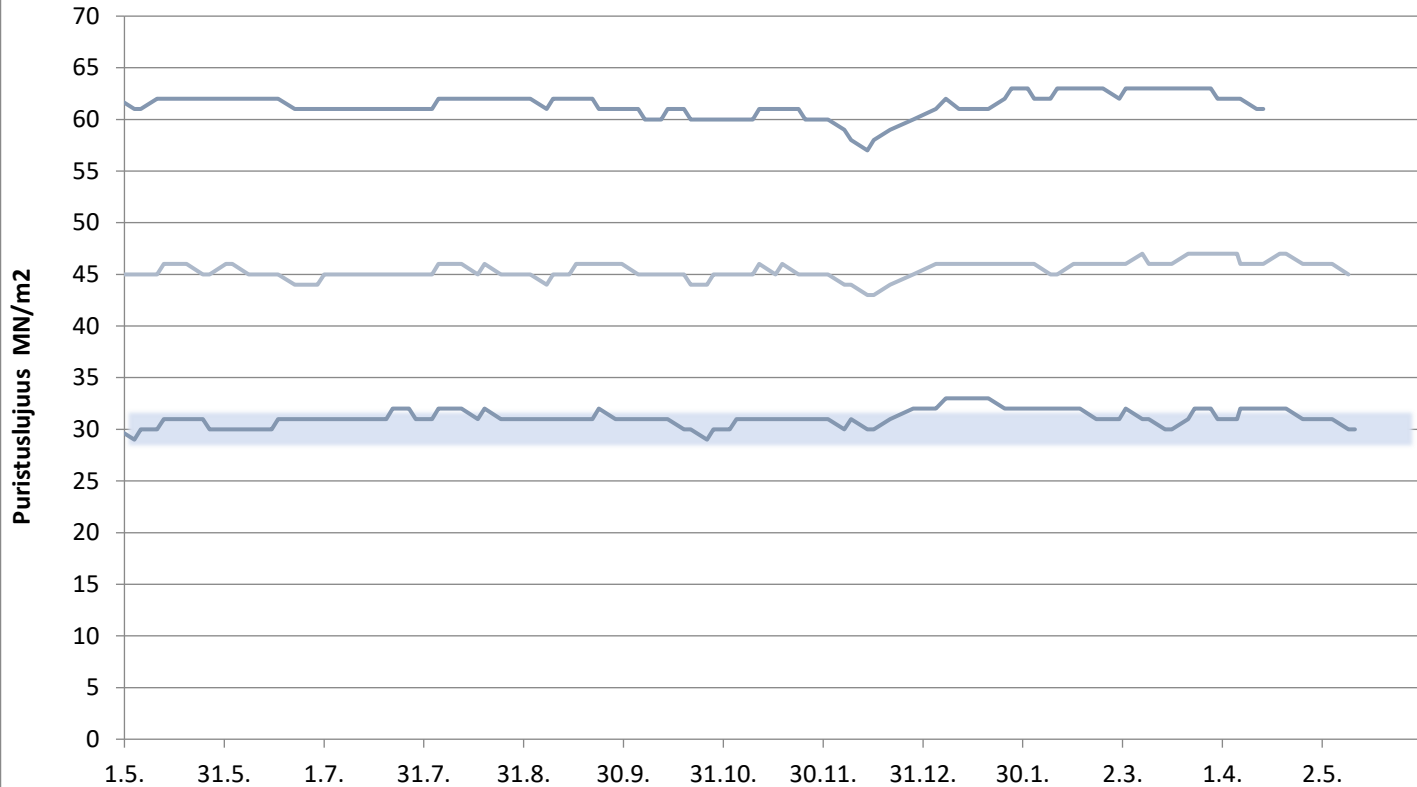


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

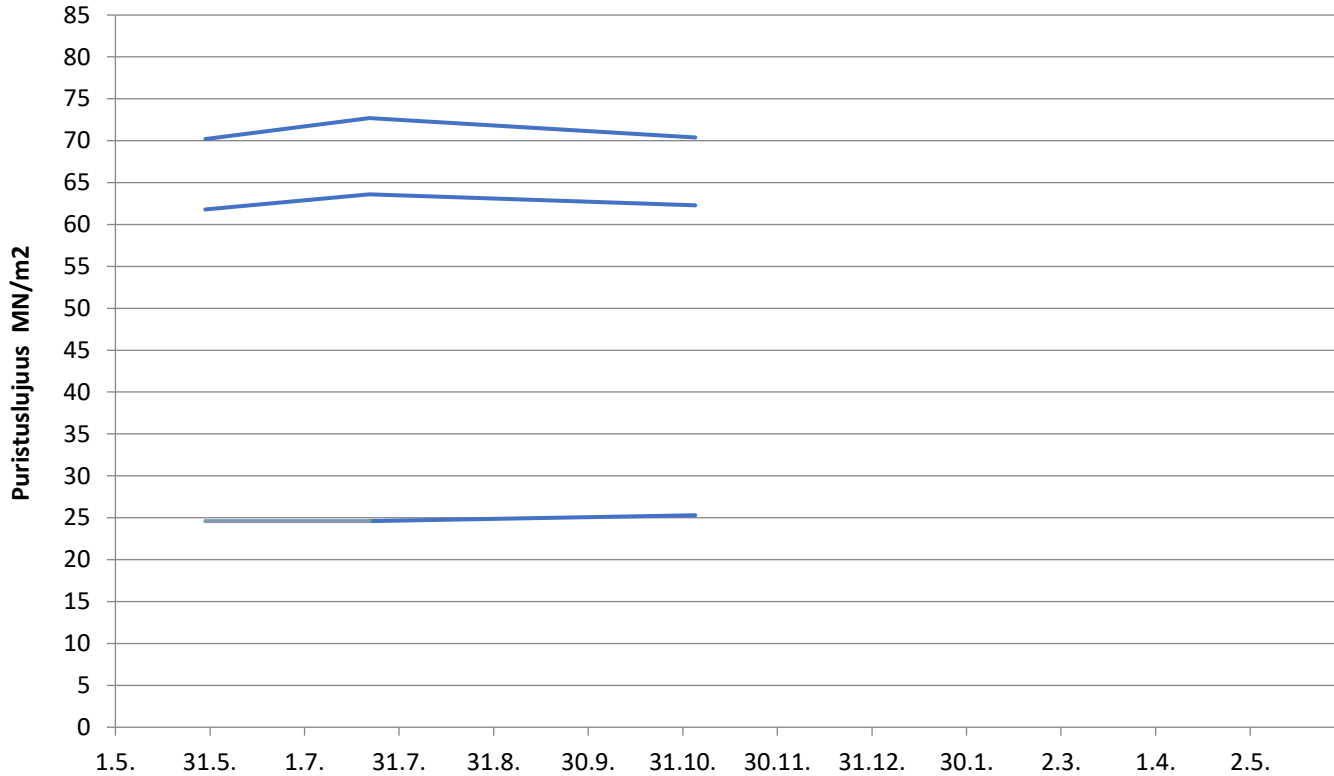

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

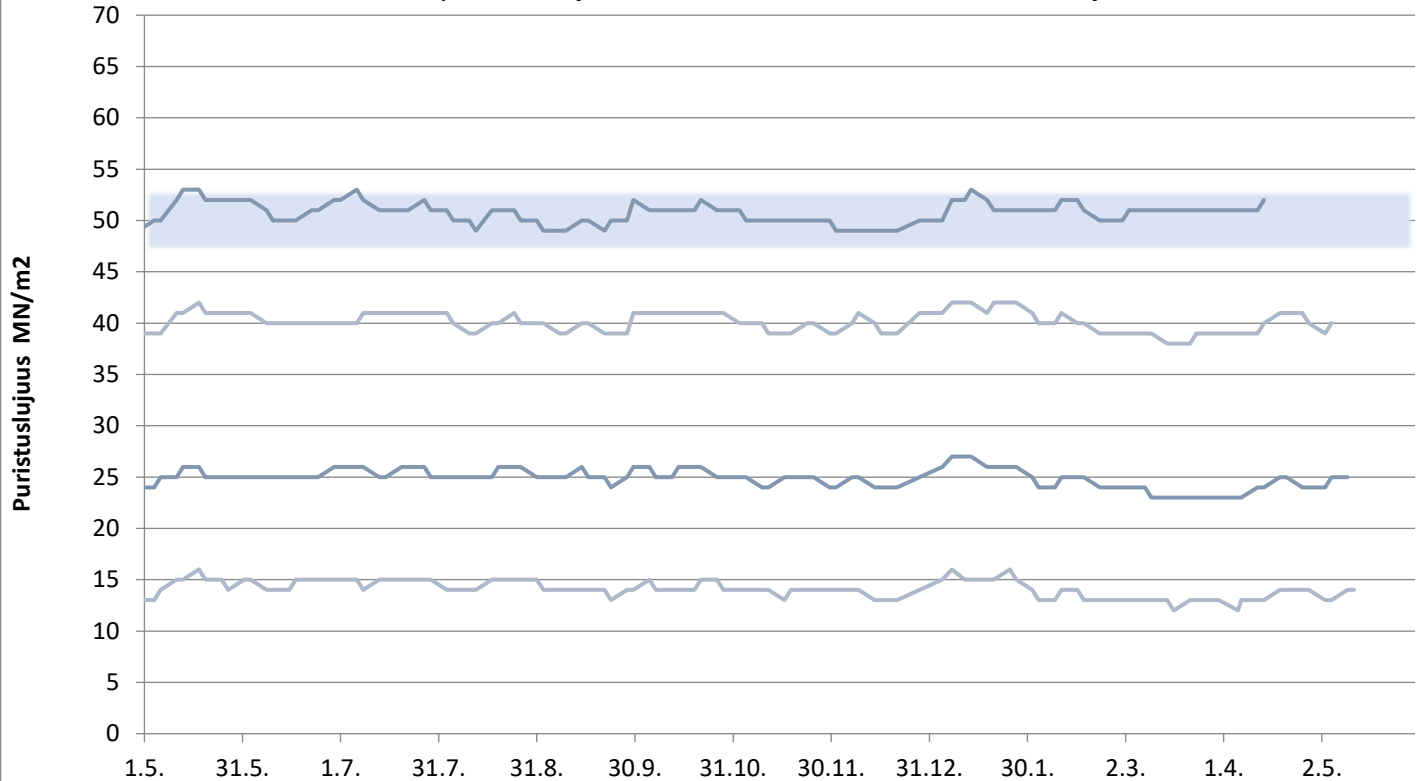

päivitetty 14.5.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

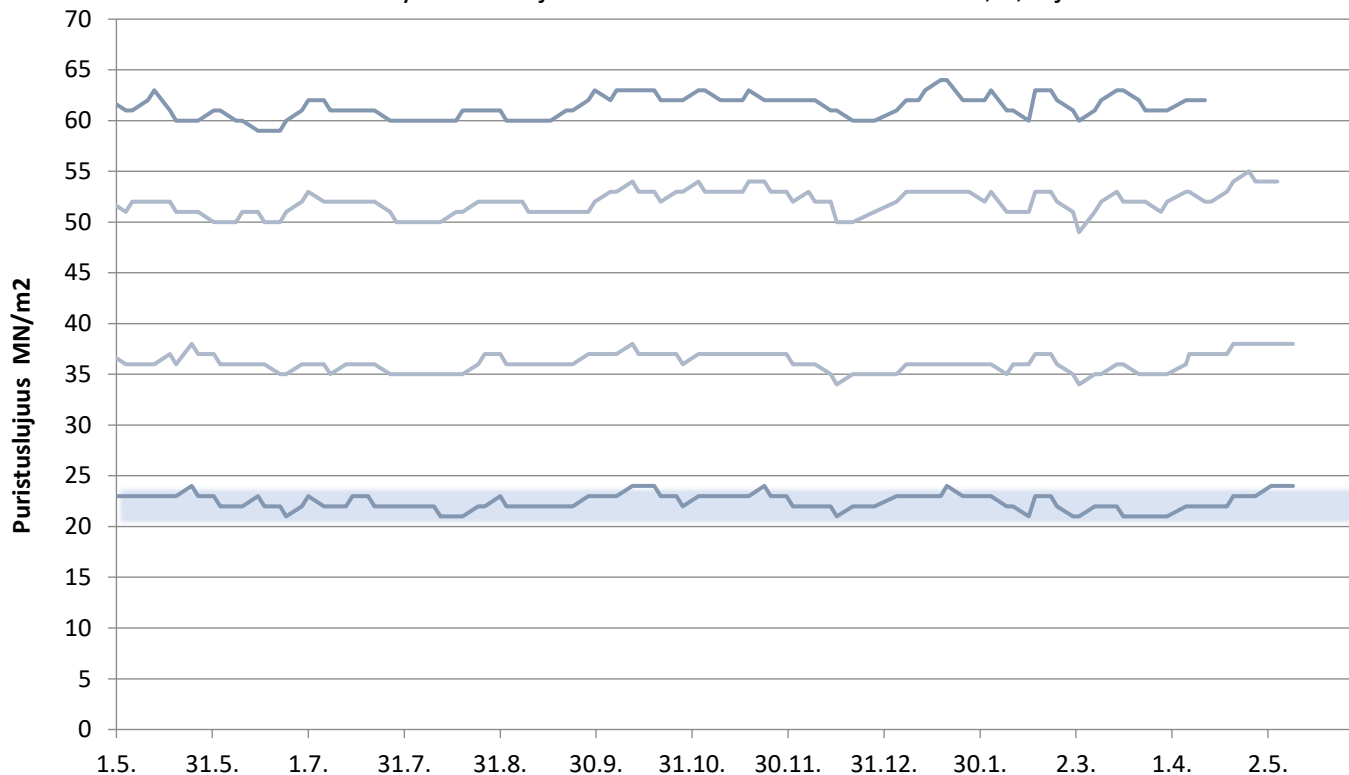


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 14.5.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

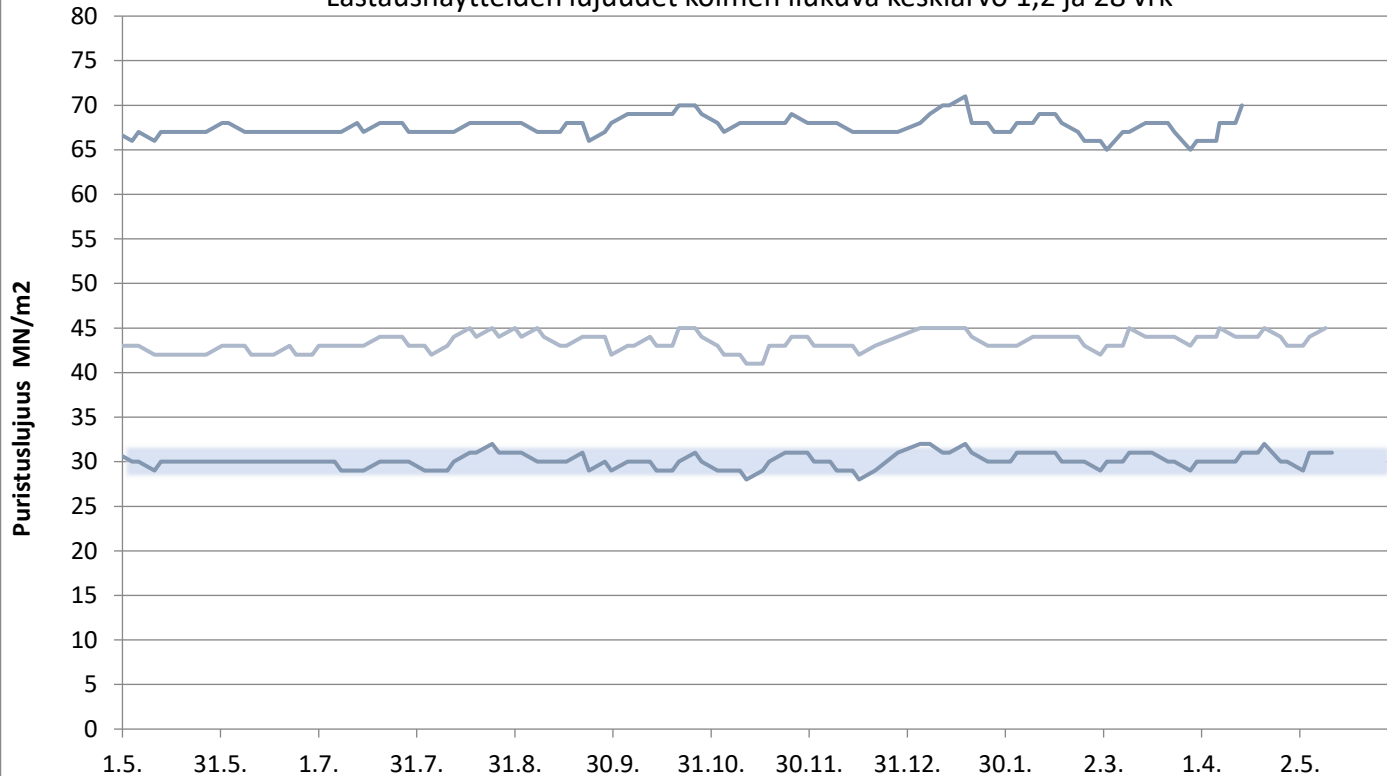


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

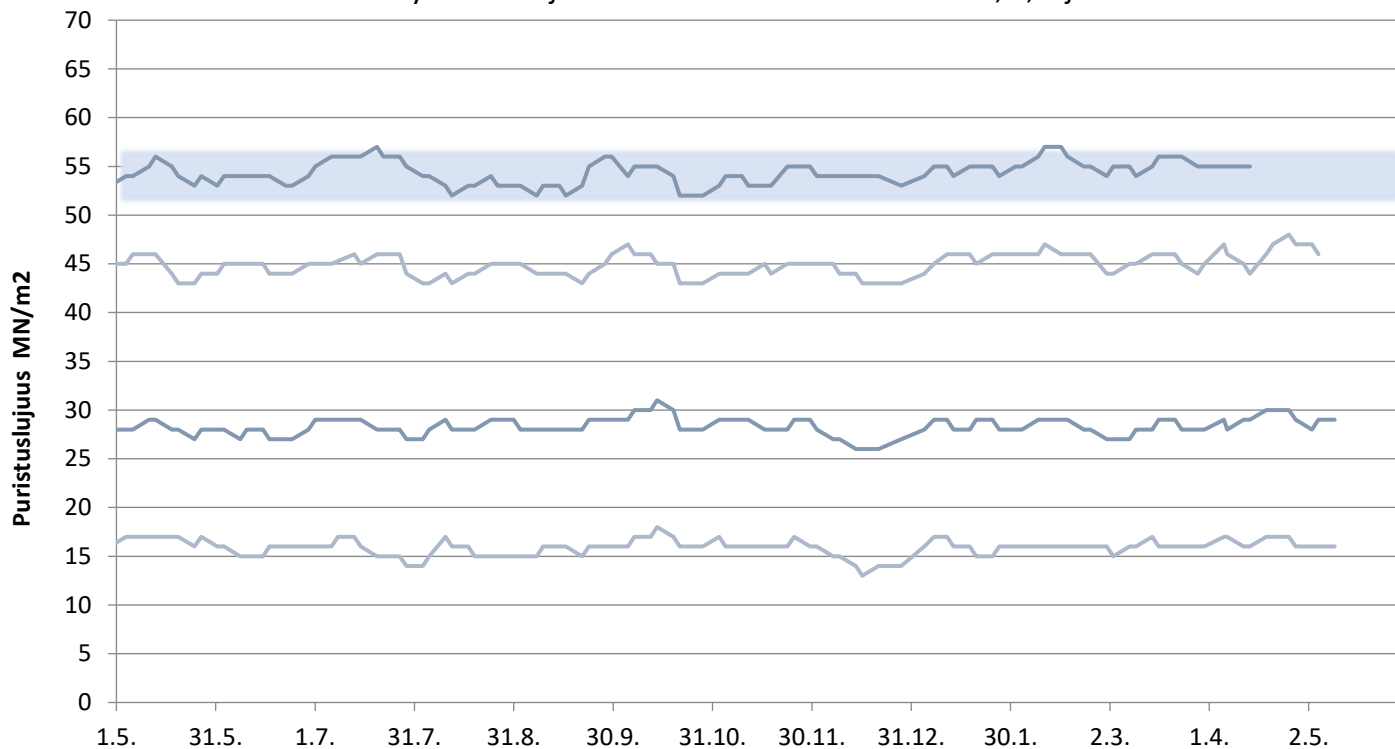


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

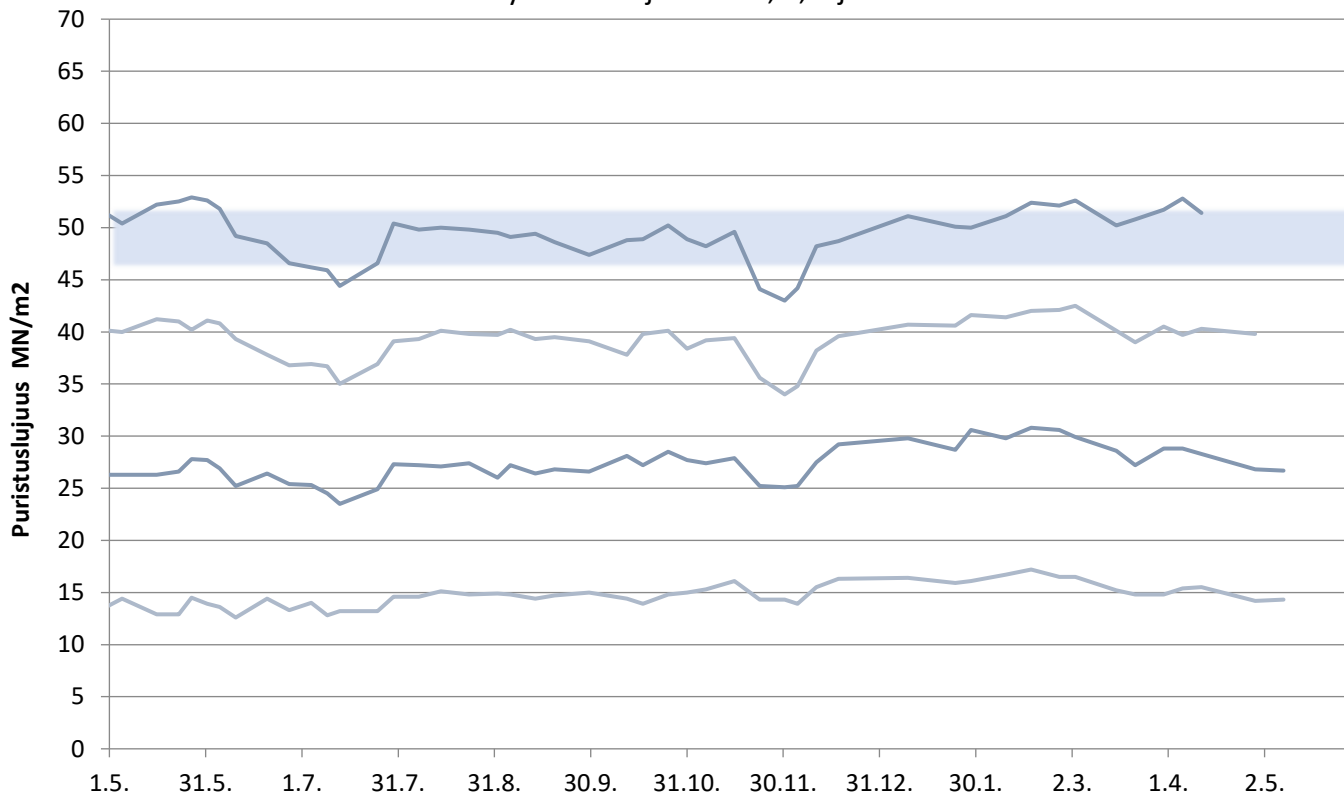


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

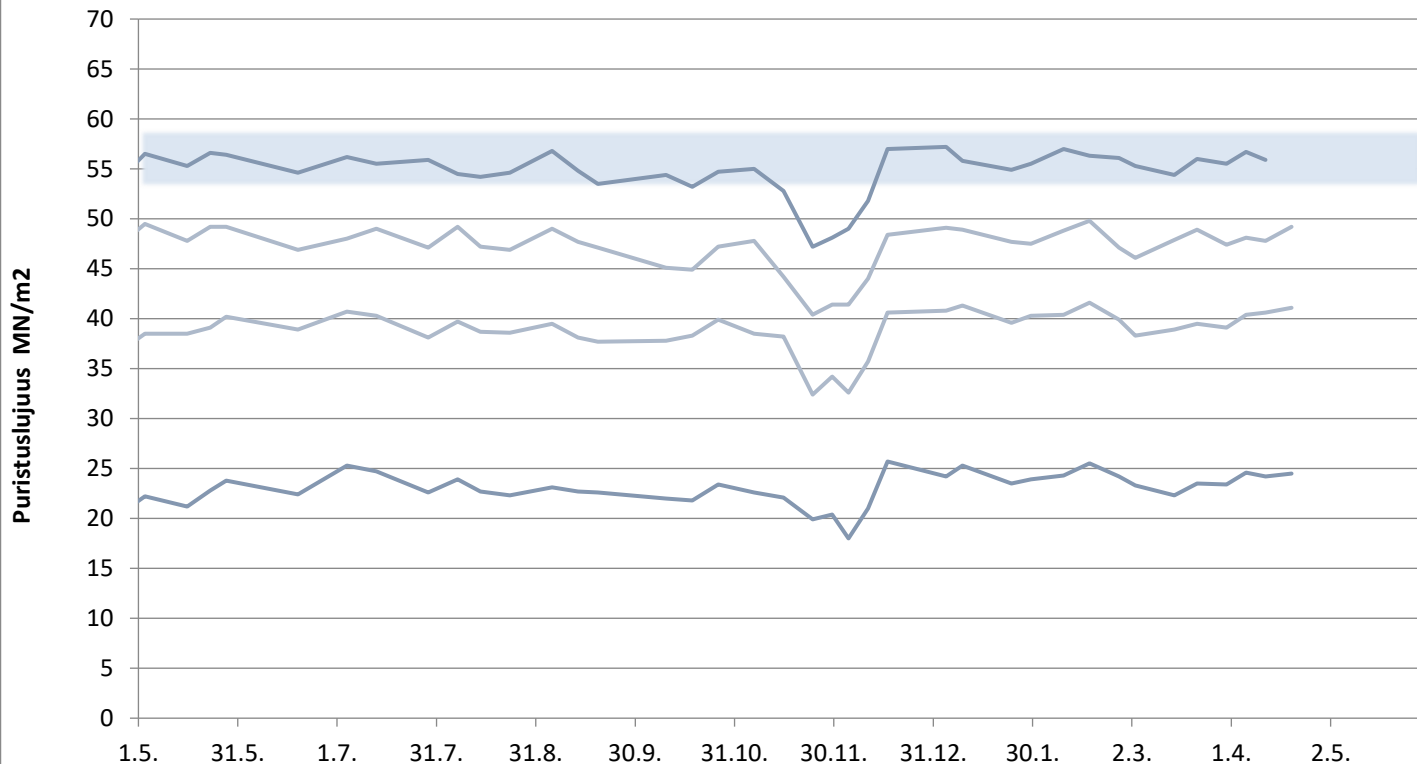

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

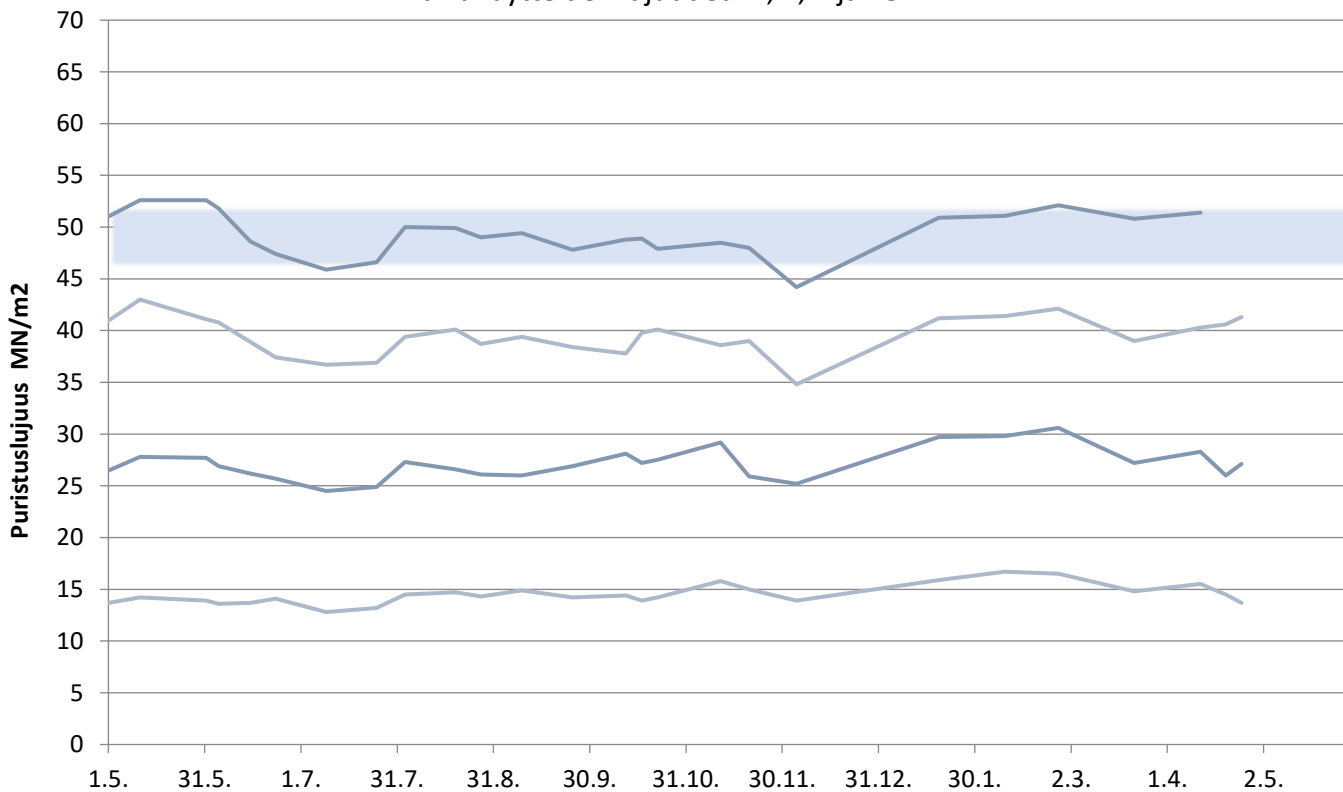


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 14.5.2021


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

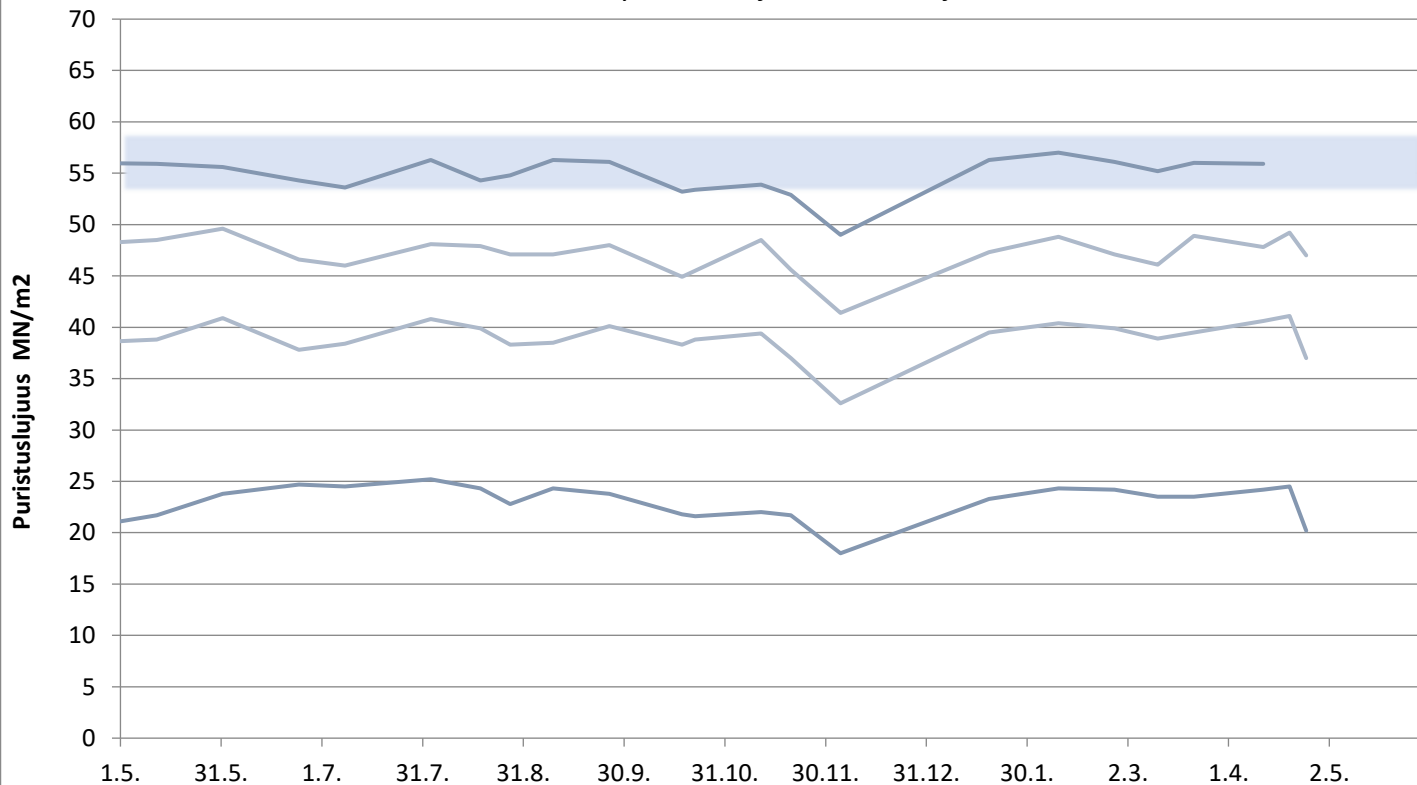


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

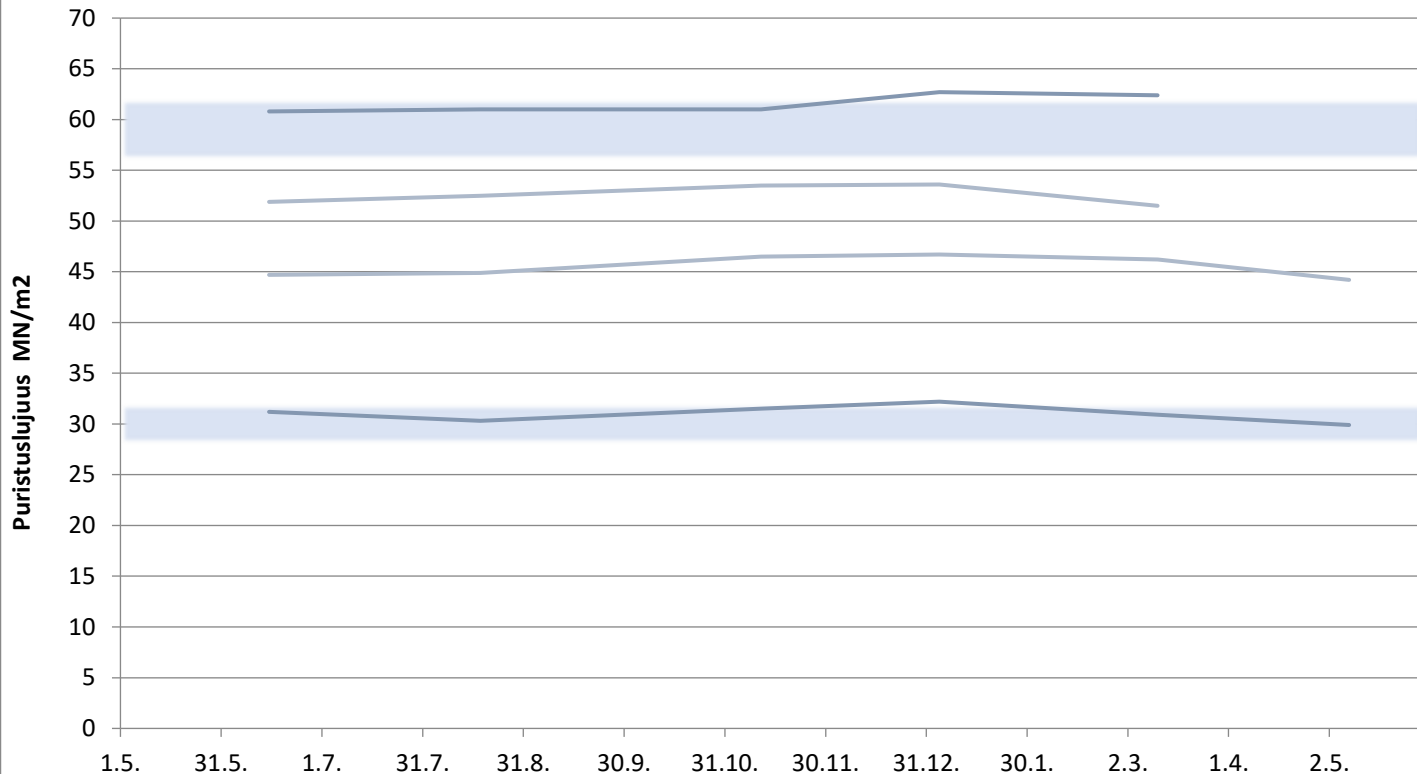

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

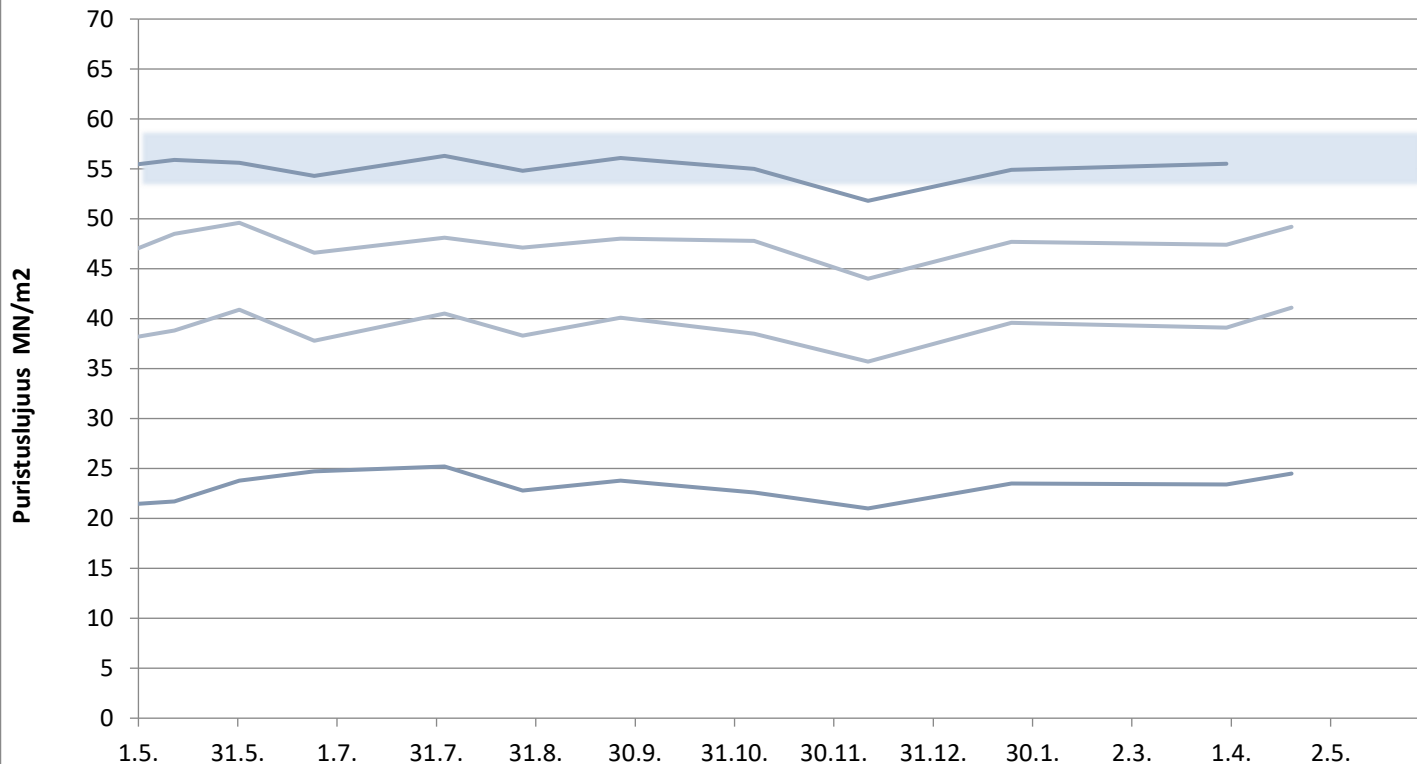

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 14.5.2021

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

