

Laatuinformaatio vko 28

pvm:

15.7.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	06.07.	14	29.06.	42	07.06.	55				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	09.07.	14	02.07.	42	09.06.	55	450	37	11	15
	13.07.	14	06.07.	42	15.06.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	06.07.	21	29.06.	49	07.06.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	09.07.	21	02.07.	48	09.06.	54	450	34	7	0
	13.07.	22	06.07.	48	15.06.	54				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	06.07.	29	02.07.	45	07.06.	60				
CEM I 52.5 R	09.07.	28	06.07.	44	09.06.	61	530	35	4	0
	13.07.	29	09.07.	44	15.06.	61				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	07.07.	14	30.06.	40	09.06.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	12.07.	14	05.07.	40	14.06.	51	450	34	6	9
	14.07.	14	07.07.	40	16.06.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	05.07.	23	30.06.	53	09.06.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	07.07.	22	05.07.	53	14.06.	62	480	30	0	0
	12.07.	21	07.07.	52	16.06.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	07.07.	30	05.07.	43	09.06.	67				
CEM I 52.5 R	12.07.	31	07.07.	43	14.06.	66	550	30	4	0
	14.07.	30	12.07.	43	16.06.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-seimentti	05.07.	30	30.06.	48	09.06.	59				
CEM I 42.5 N - SR3	07.07.	29	05.07.	48	14.06.	56	380	22	4	0
	12.07.	29	07.07.	47	16.06.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
24.06.	49 %	03.06.	84 %
28.06.	49 %	07.06.	84 %
01.07.	49 %	10.06.	85 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

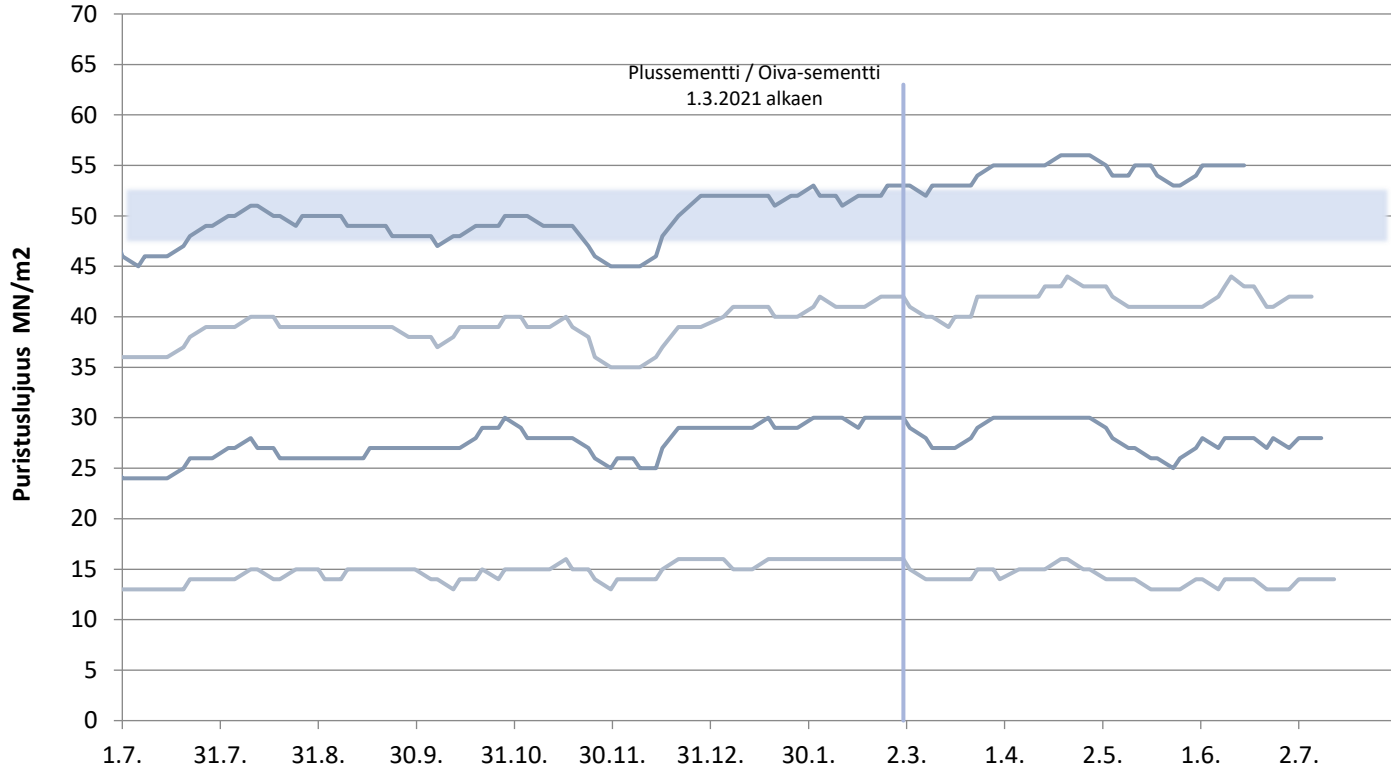


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

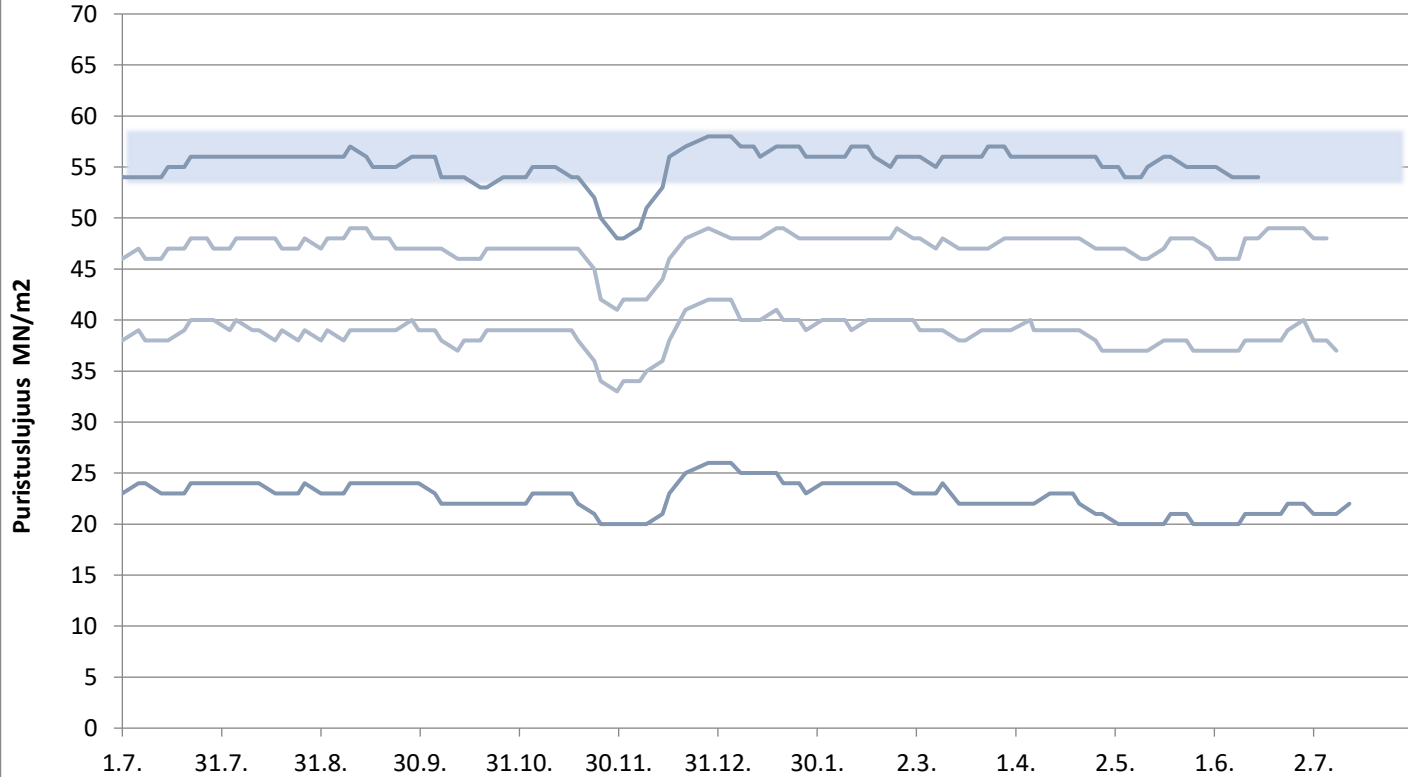


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

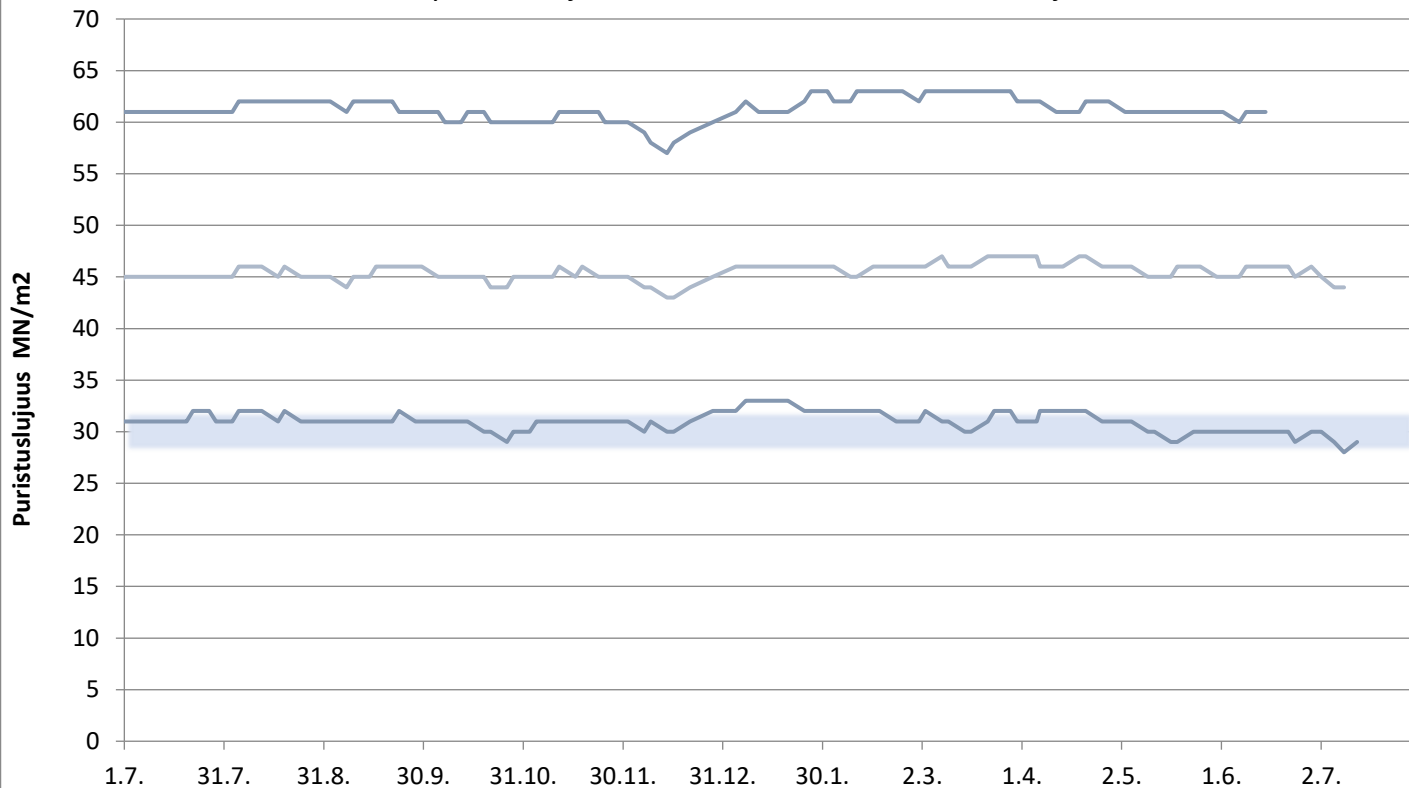


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

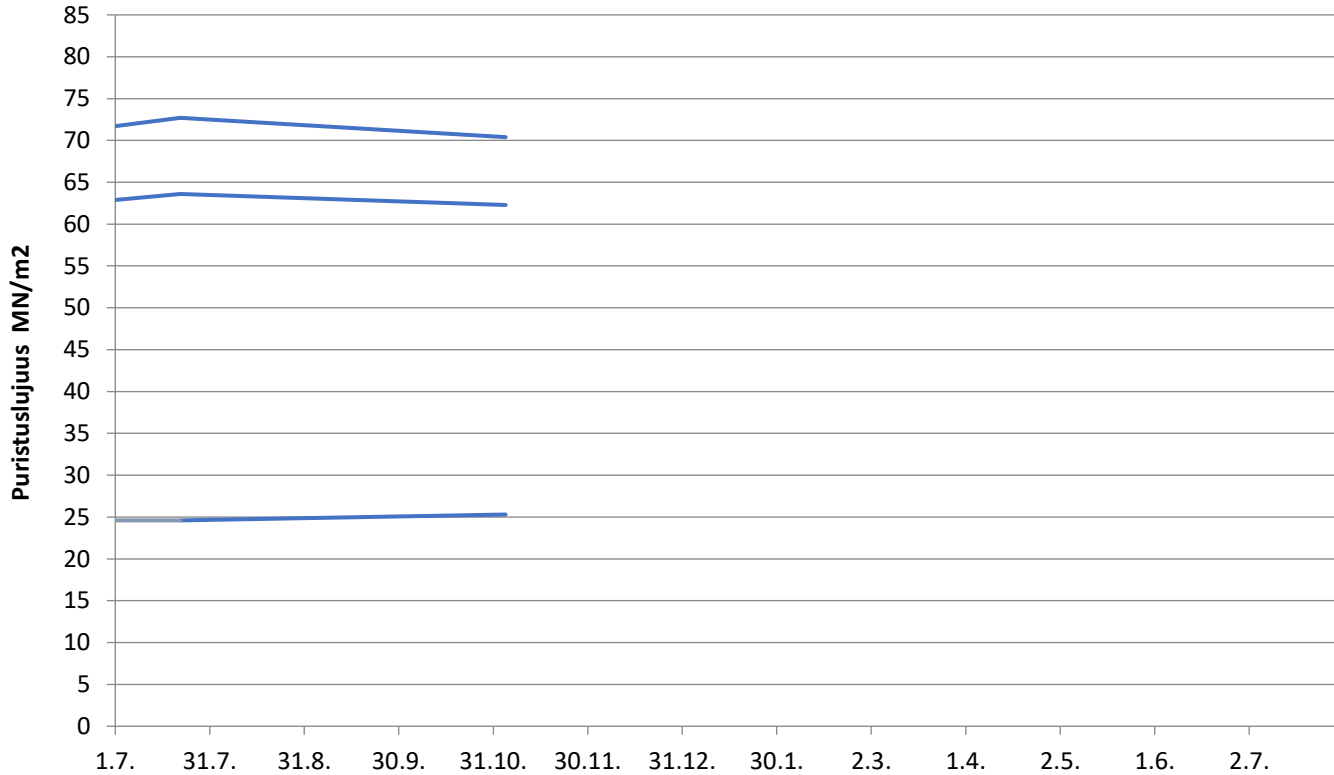

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

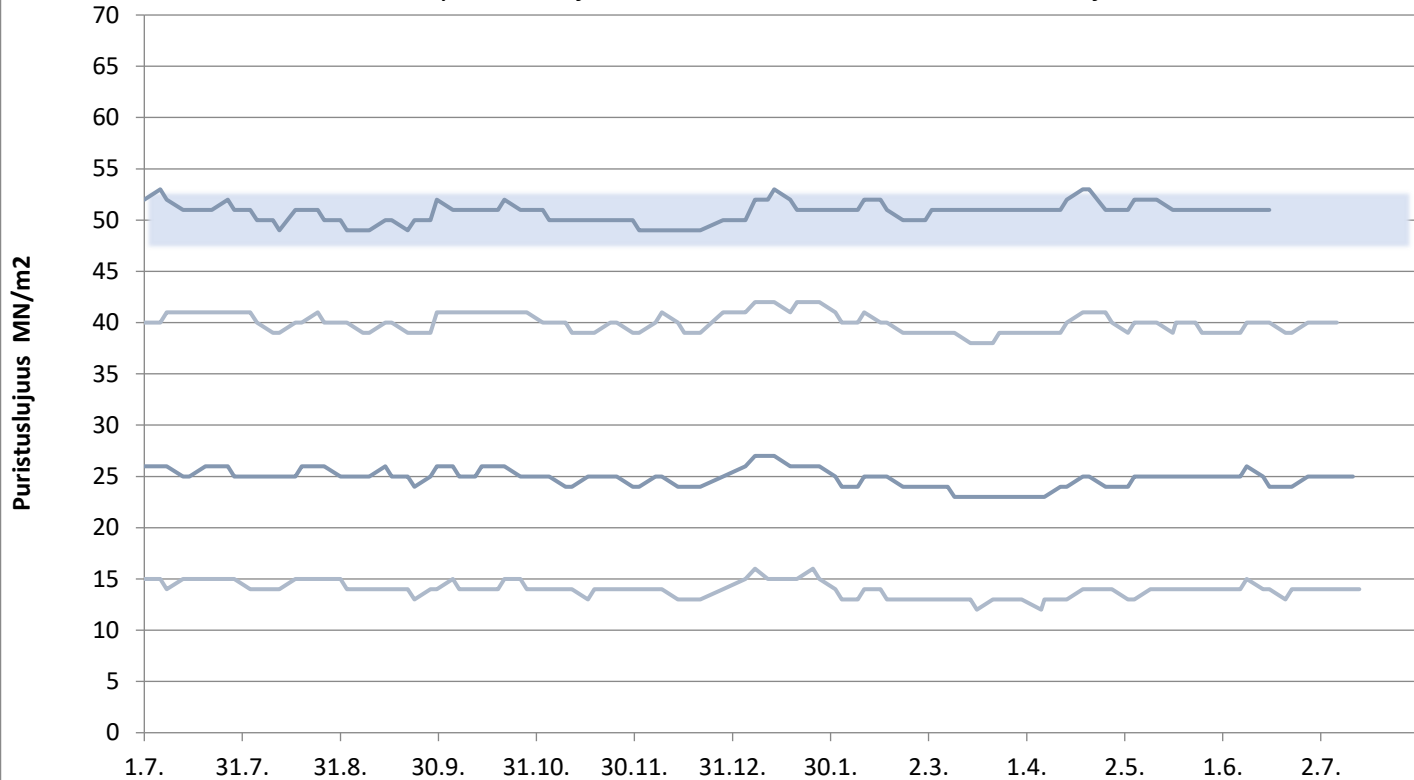

päivitetty 15.7.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

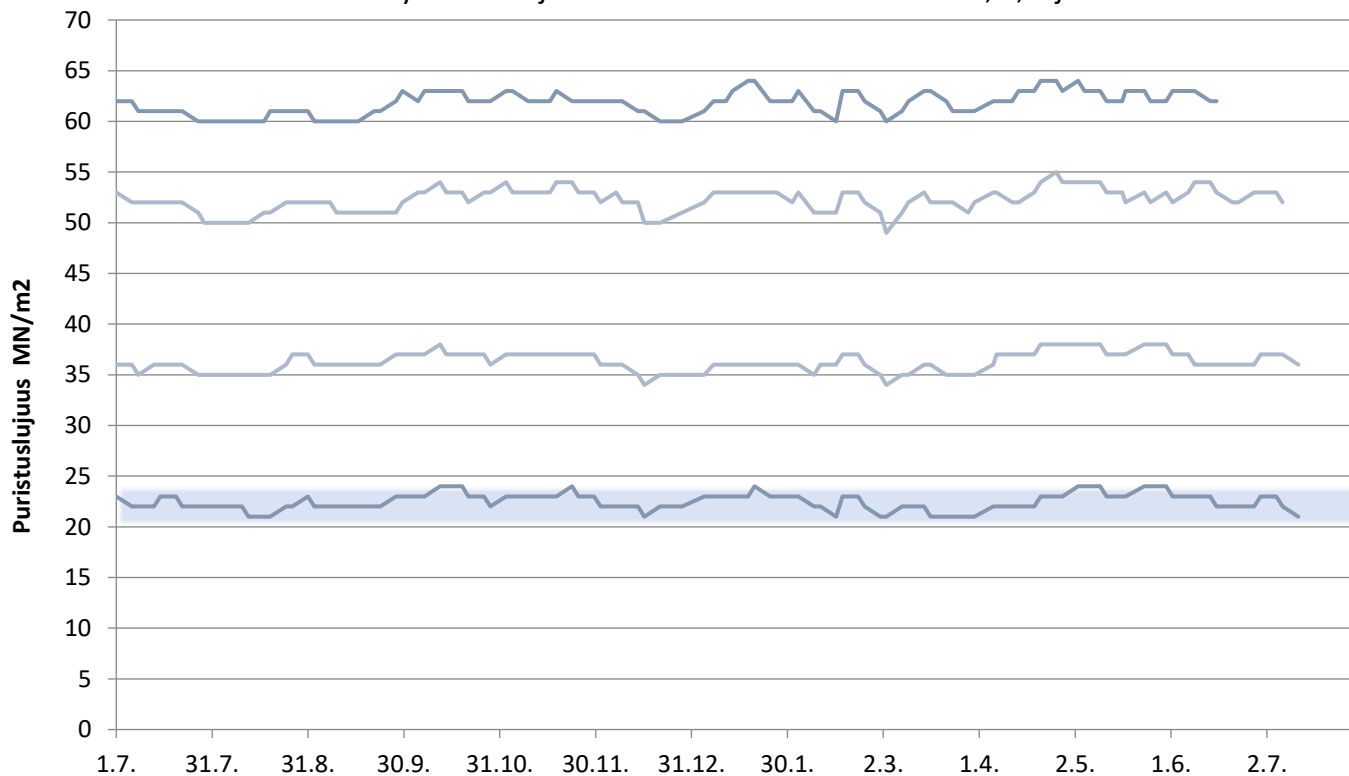


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 15.7.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

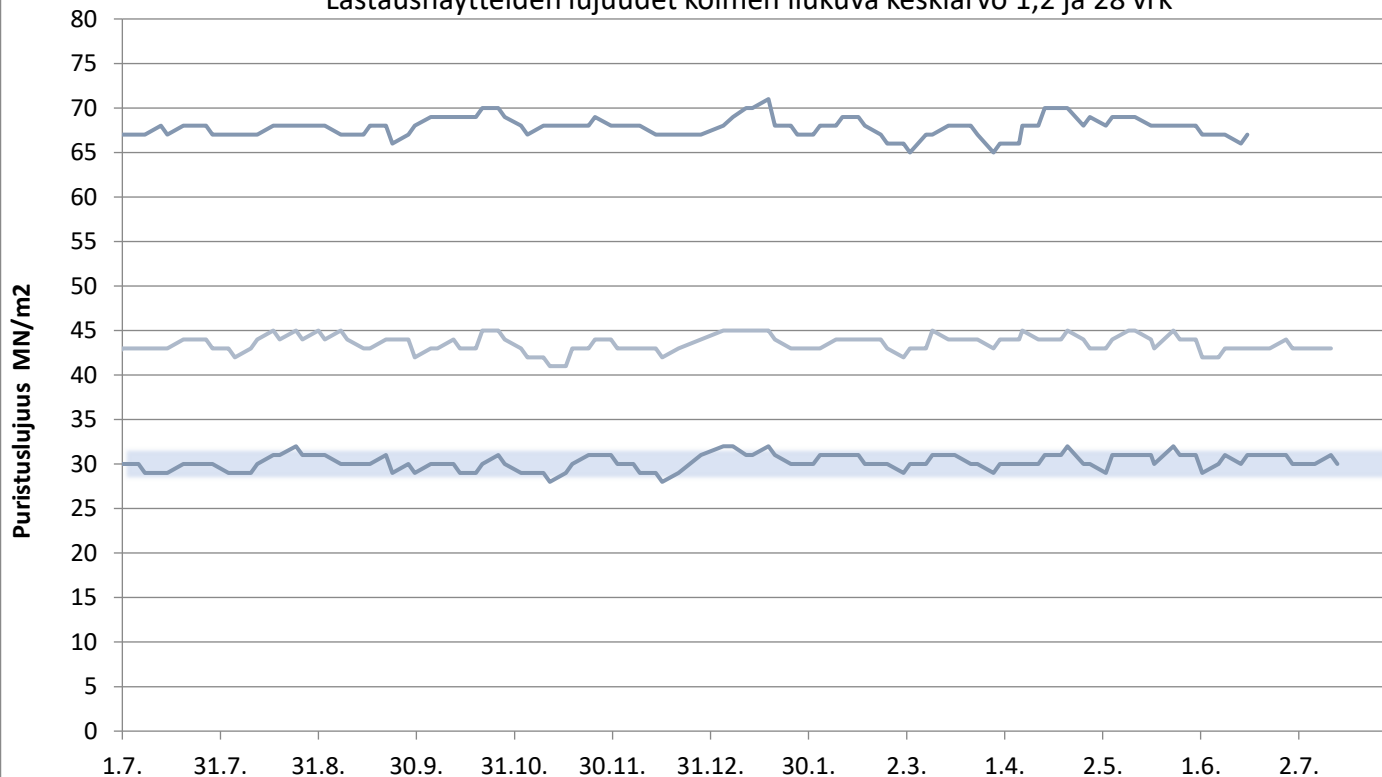


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

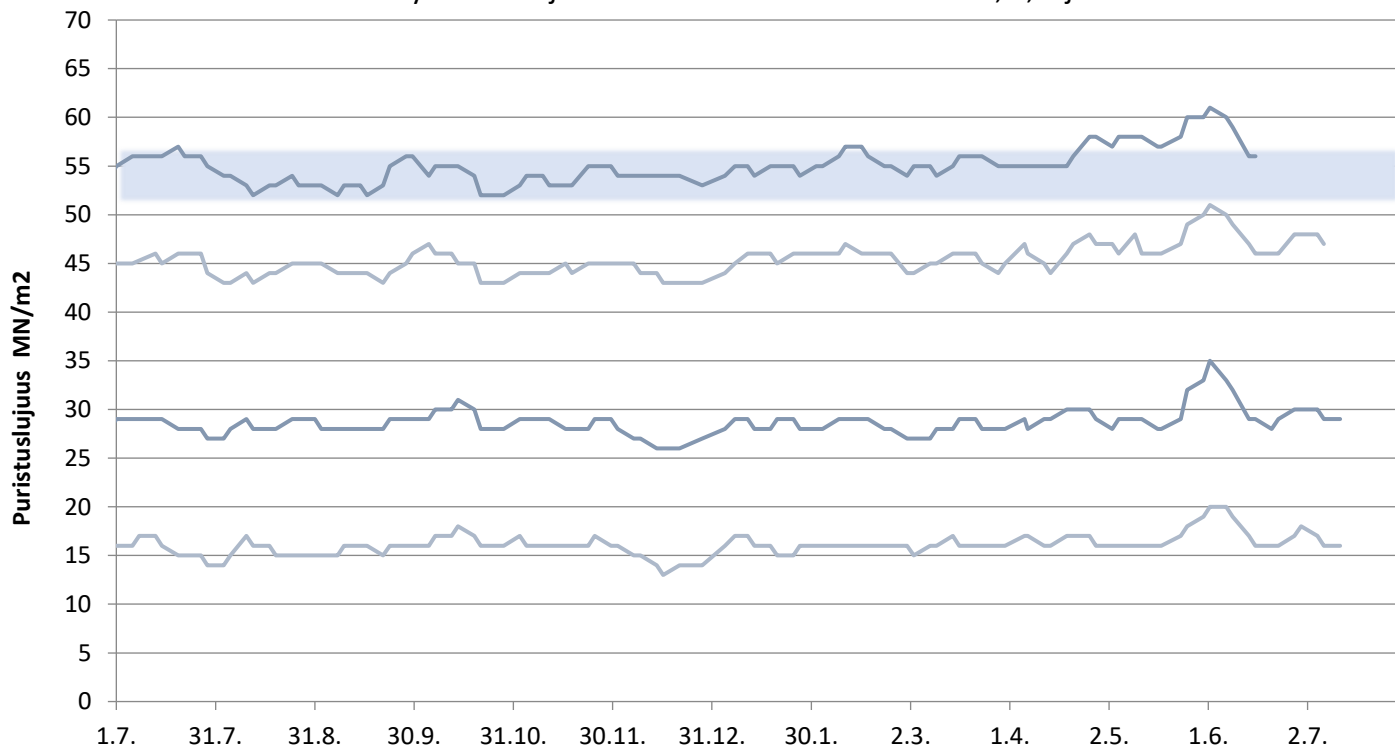

Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

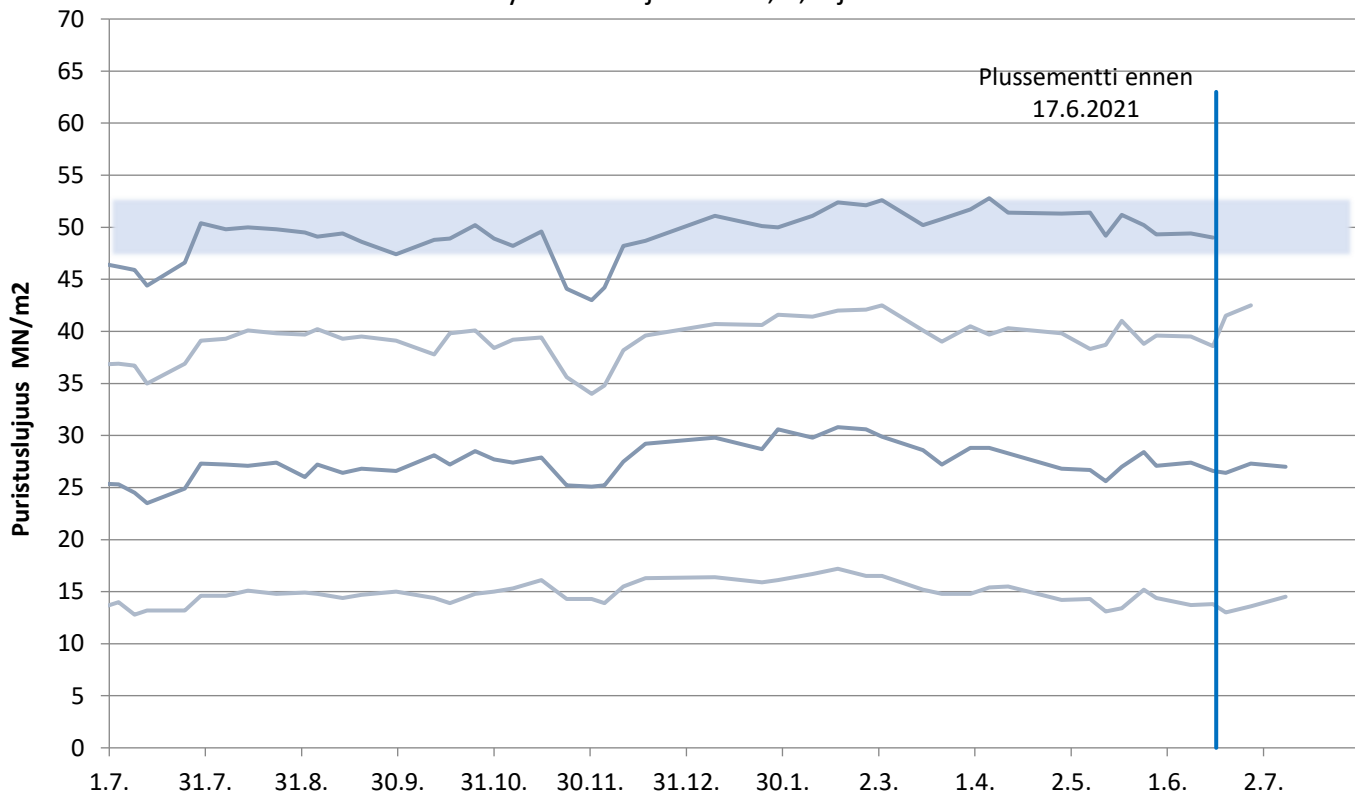


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 15.7.2021


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

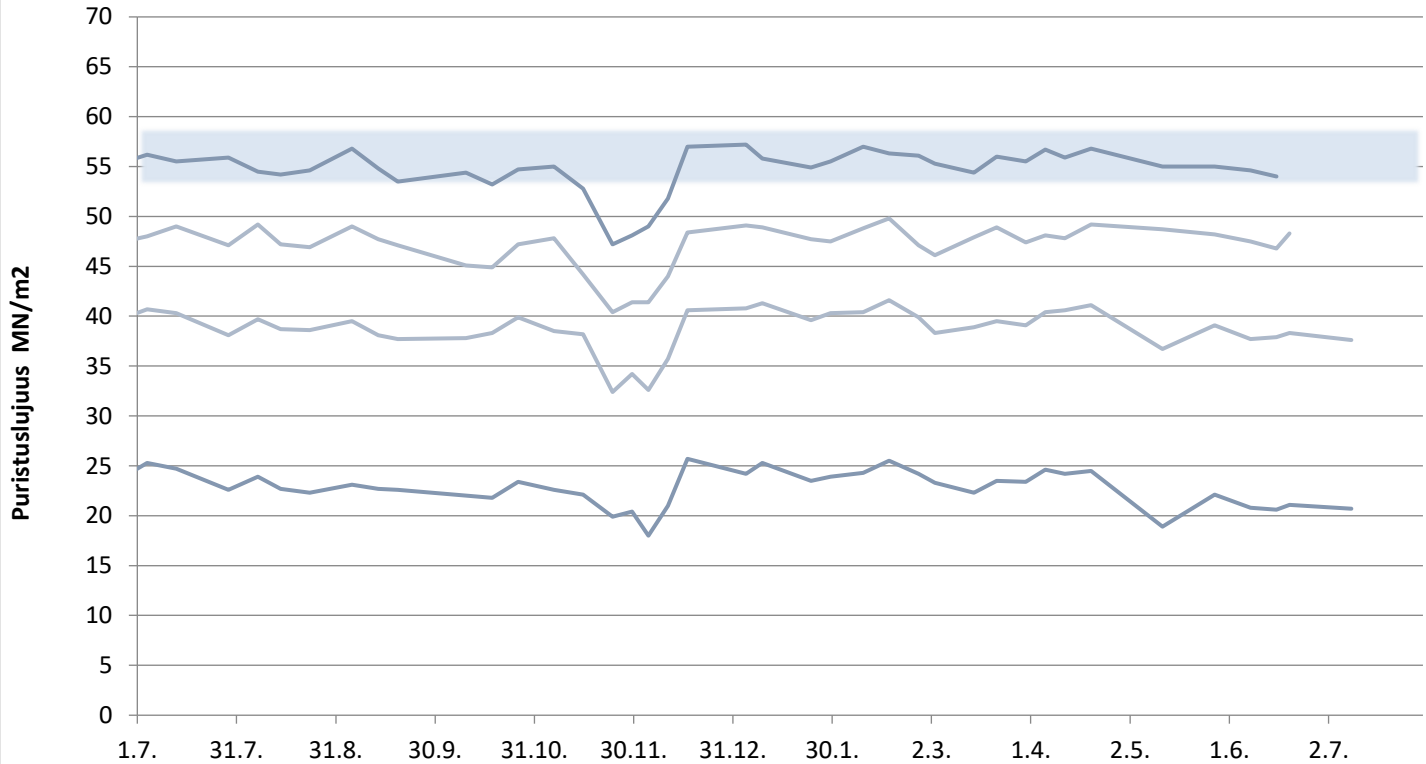

Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

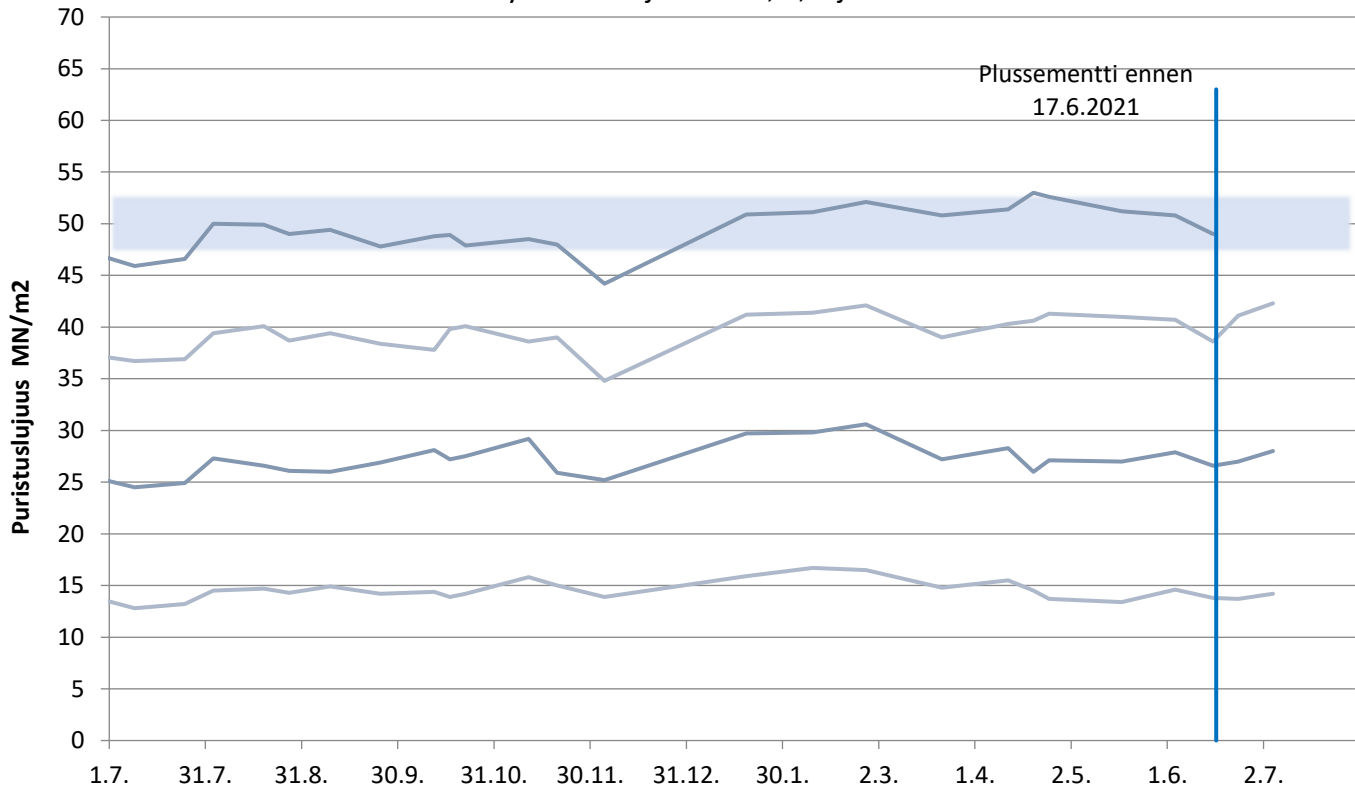


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 15.7.2021


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

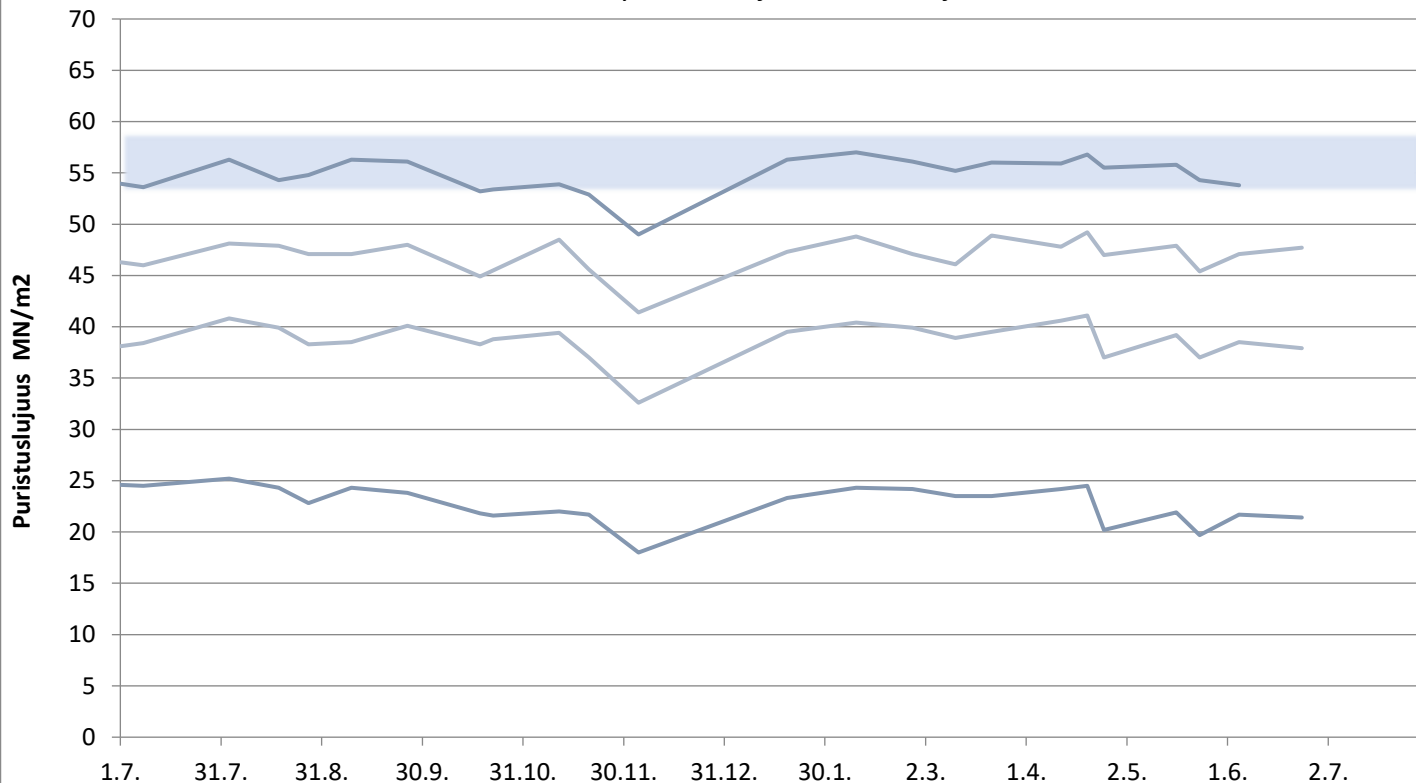


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

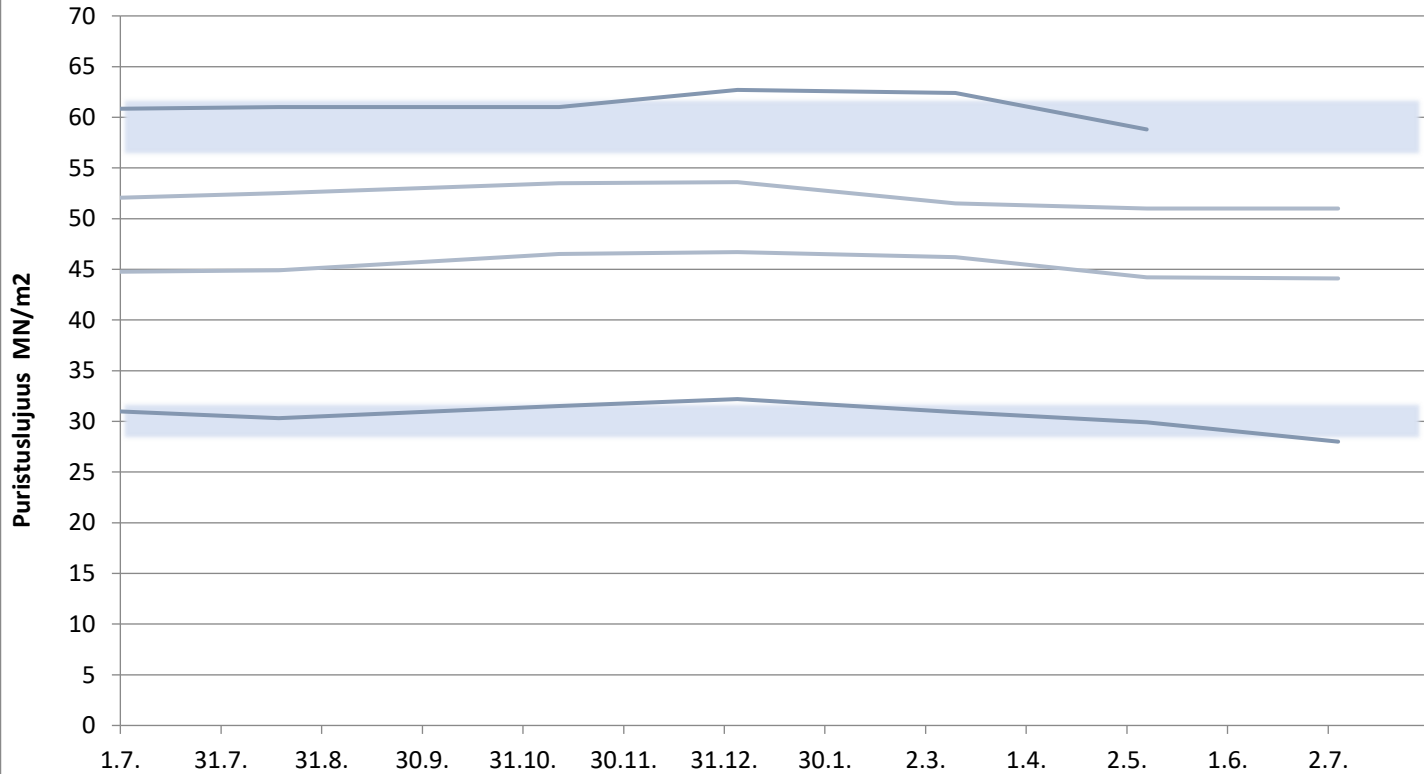

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

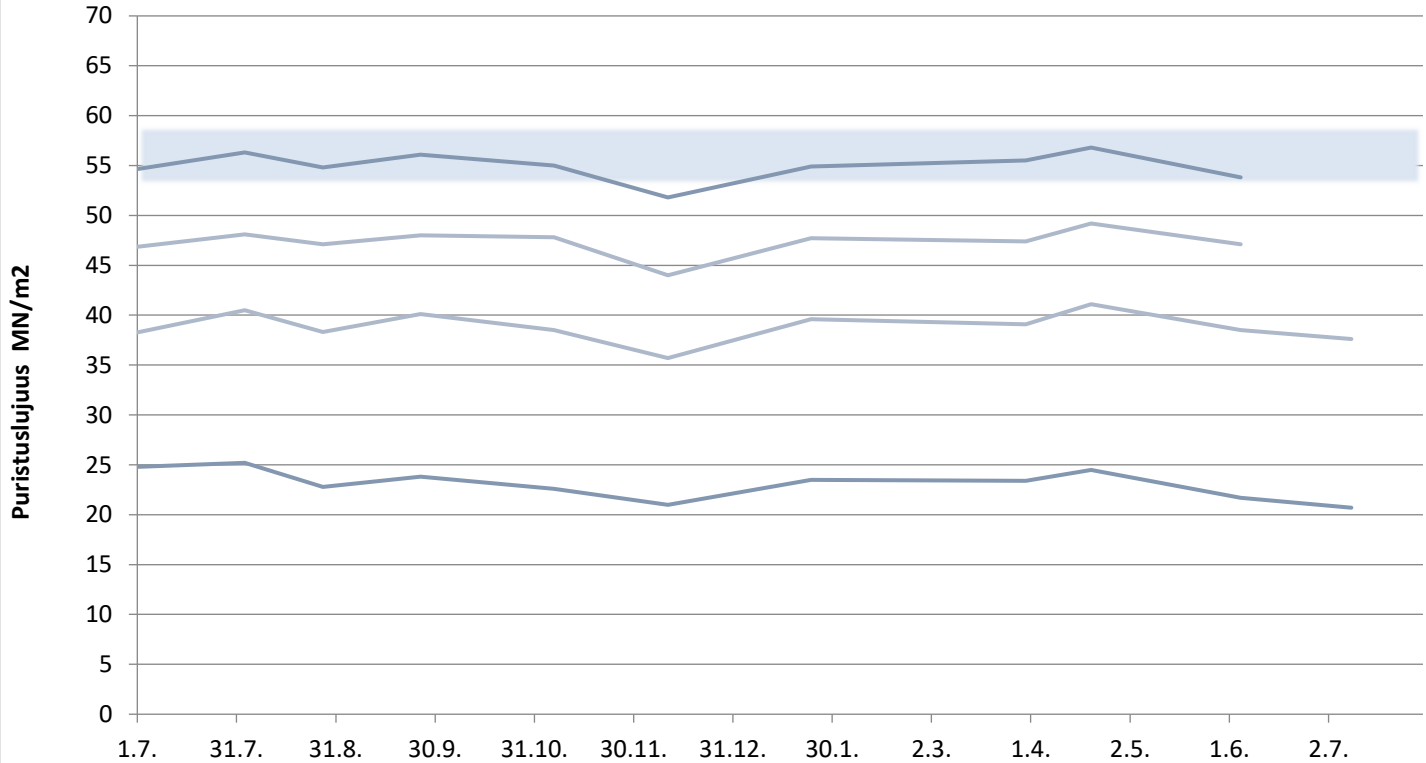

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 15.7.2021

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

