

Laatuinformaatio vko 30

pvm:

29.7.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY
Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	16.07.	14	13.07.	42	18.06.	55				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	20.07.	15	16.07.	42	22.06.	54	430	37	11	15
	23.07.	14	20.07.	42	24.06.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	16.07.	22	13.07.	47	18.06.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	20.07.	24	16.07.	47	22.06.	56	470	34	7	0
	23.07.	25	20.07.	48	24.06.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	16.07.	29	16.07.	45	18.06.	61				
CEM I 52.5 R	20.07.	30	20.07.	44	22.06.	61	540	35	4	0
	23.07.	30	23.07.	44	24.06.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	19.07.	14	14.07.	41	23.06.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	21.07.	14	19.07.	40	28.06.	51	460	34	15	9
	26.07.	15	21.07.	40	30.06.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	19.07.	21	12.07.	51	21.06.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	21.07.	22	14.07.	51	23.06.	62	510	30	8	0
	26.07.	24	19.07.	52	28.06.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	19.07.	31	19.07.	44	23.06.	68				
CEM I 52.5 R	21.07.	31	21.07.	44	28.06.	67	560	30	4	0
	26.07.	32	26.07.	45	30.06.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	14.07.	28	12.07.	47	21.06.	56				
CEM I 42.5 N - SR3	19.07.	29	14.07.	46	23.06.	55	370	22	4	0
	21.07.	28	19.07.	45	28.06.	55				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
08.07.	49 %	17.06.	82 %
12.07.	49 %	21.06.	81 %
15.07.	51 %	24.06.	83 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

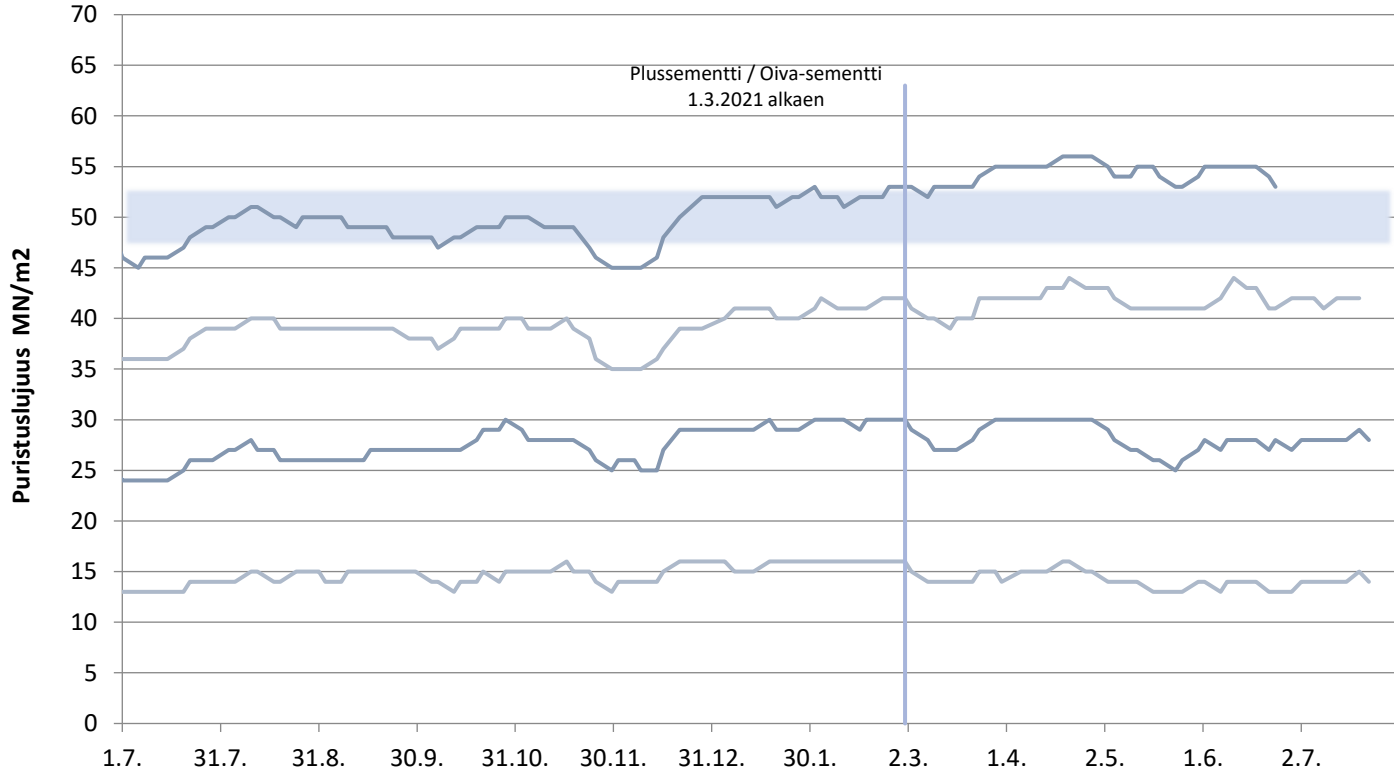


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

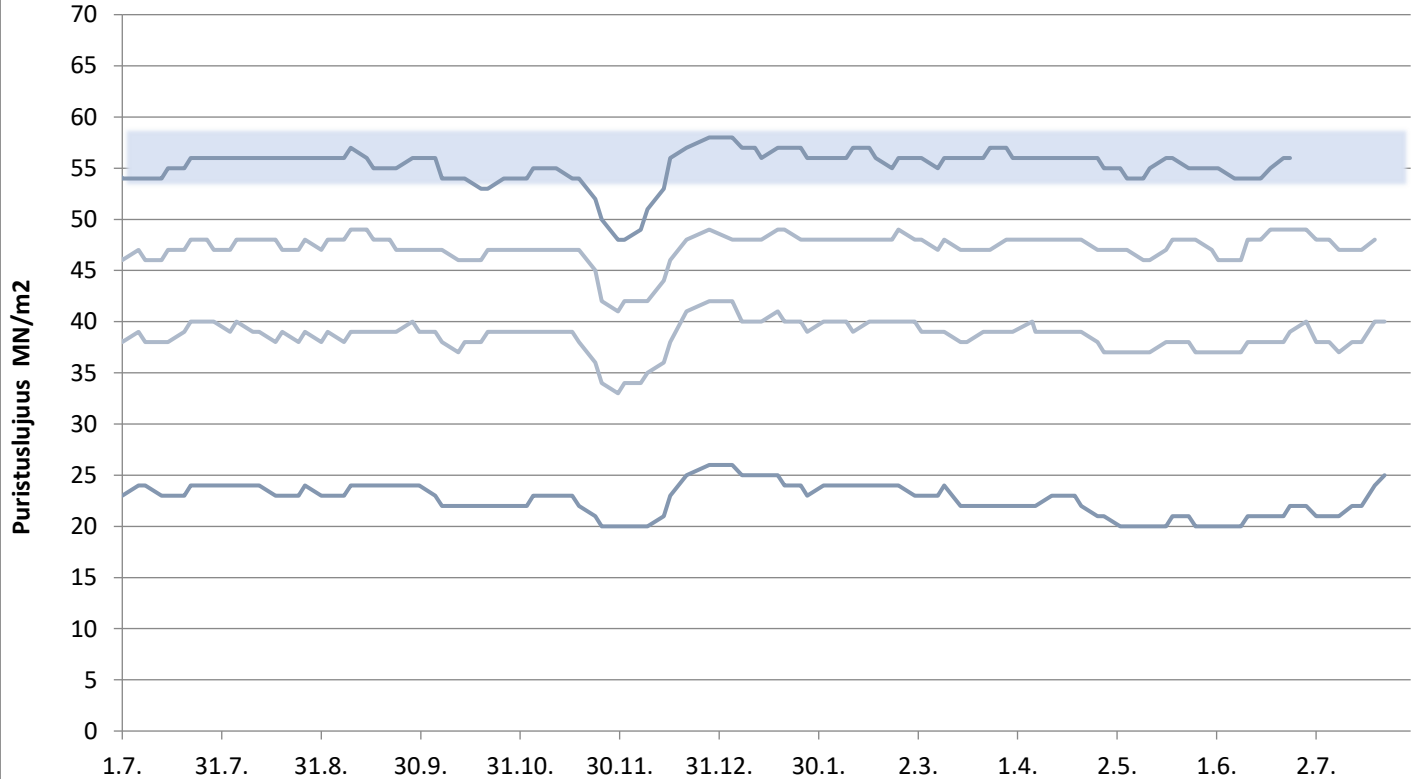


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

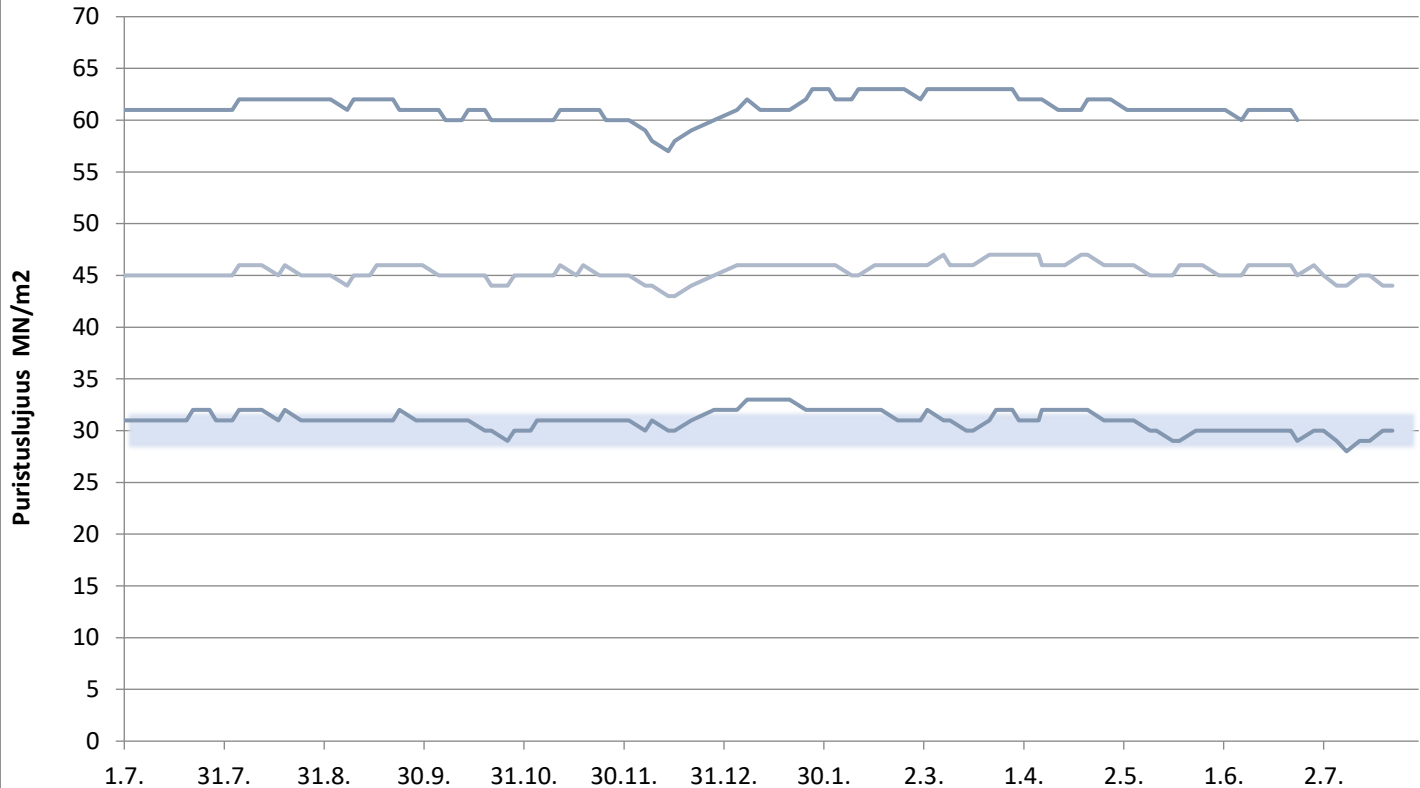


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

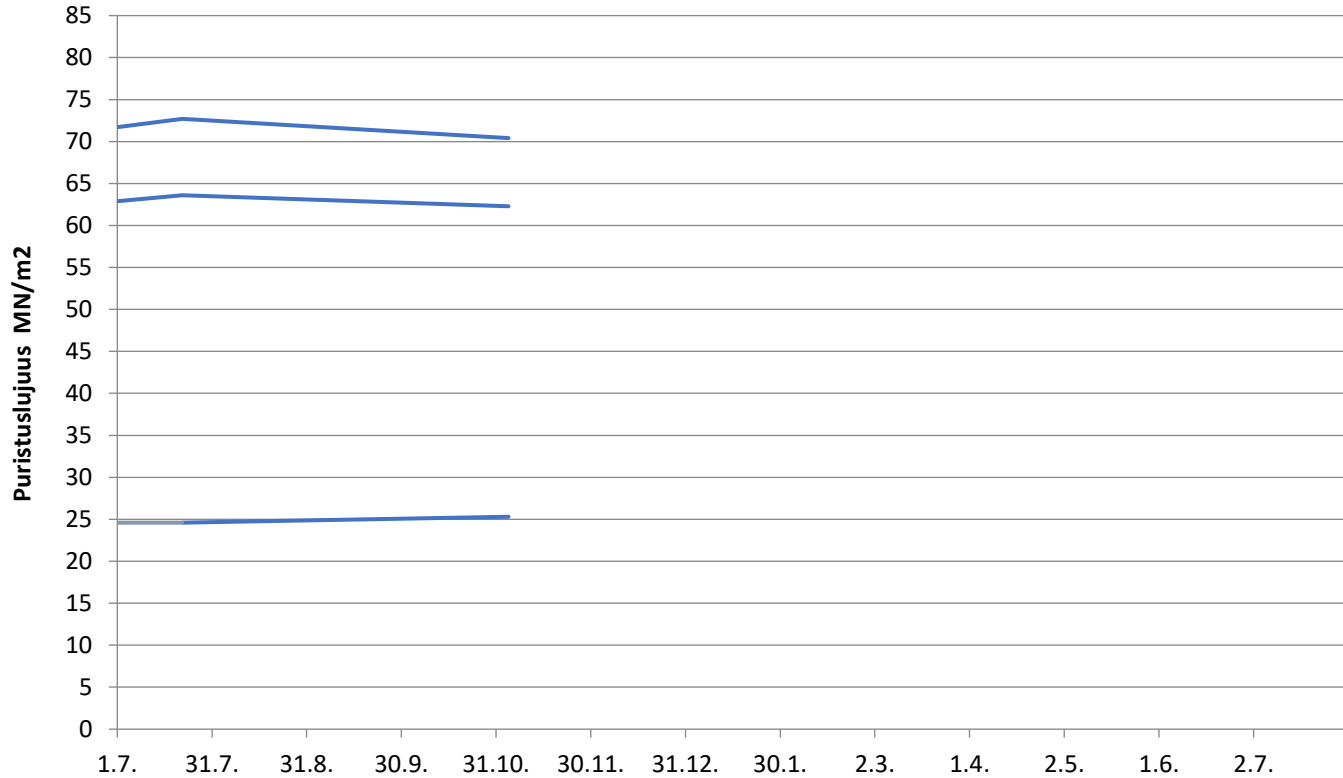

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

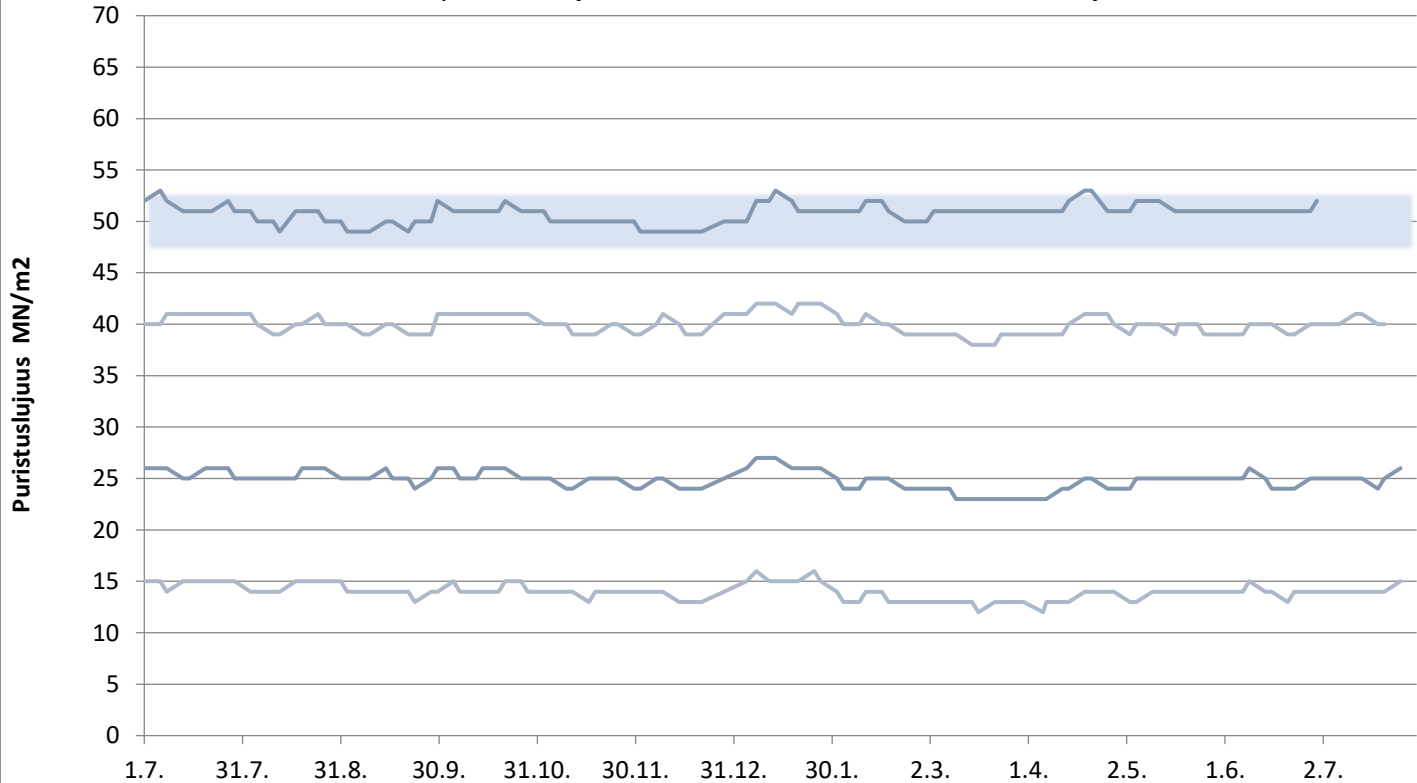

päivitetty 29.7.2021


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

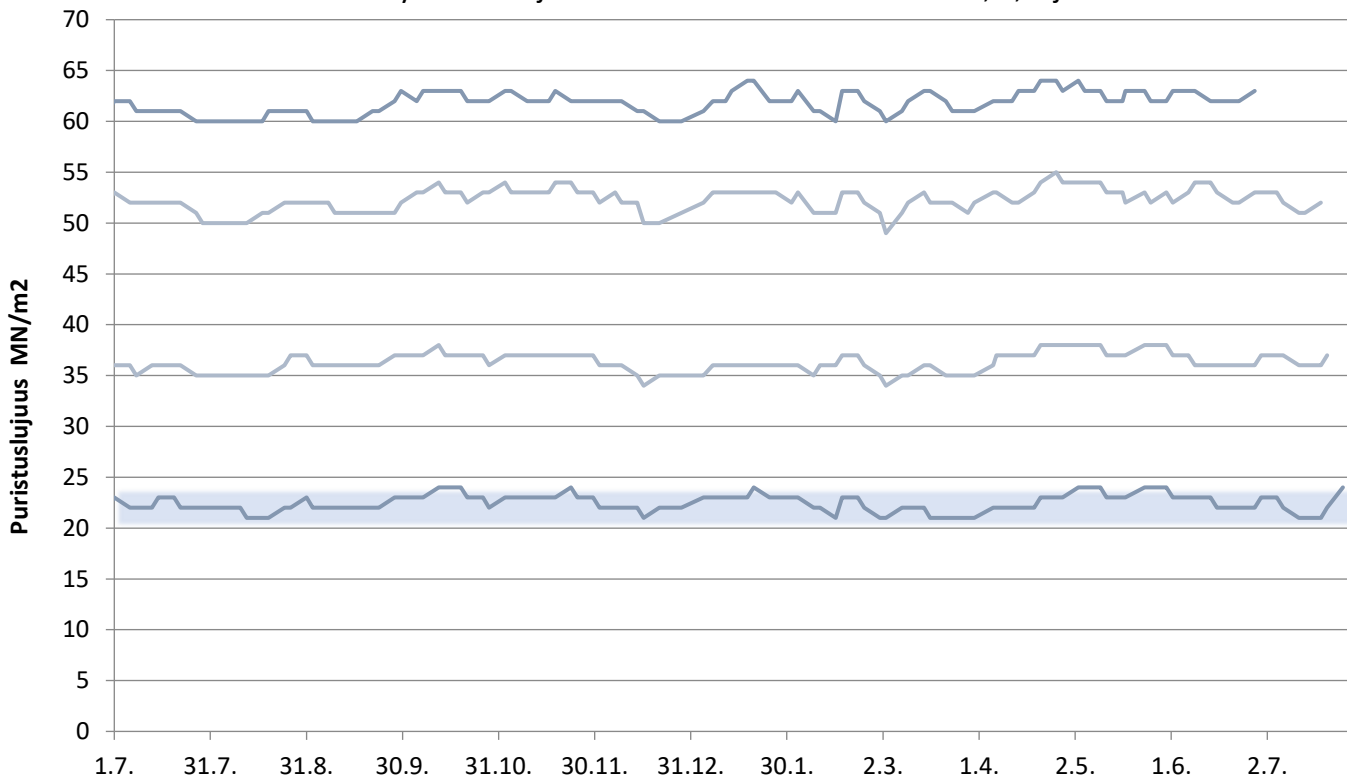


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

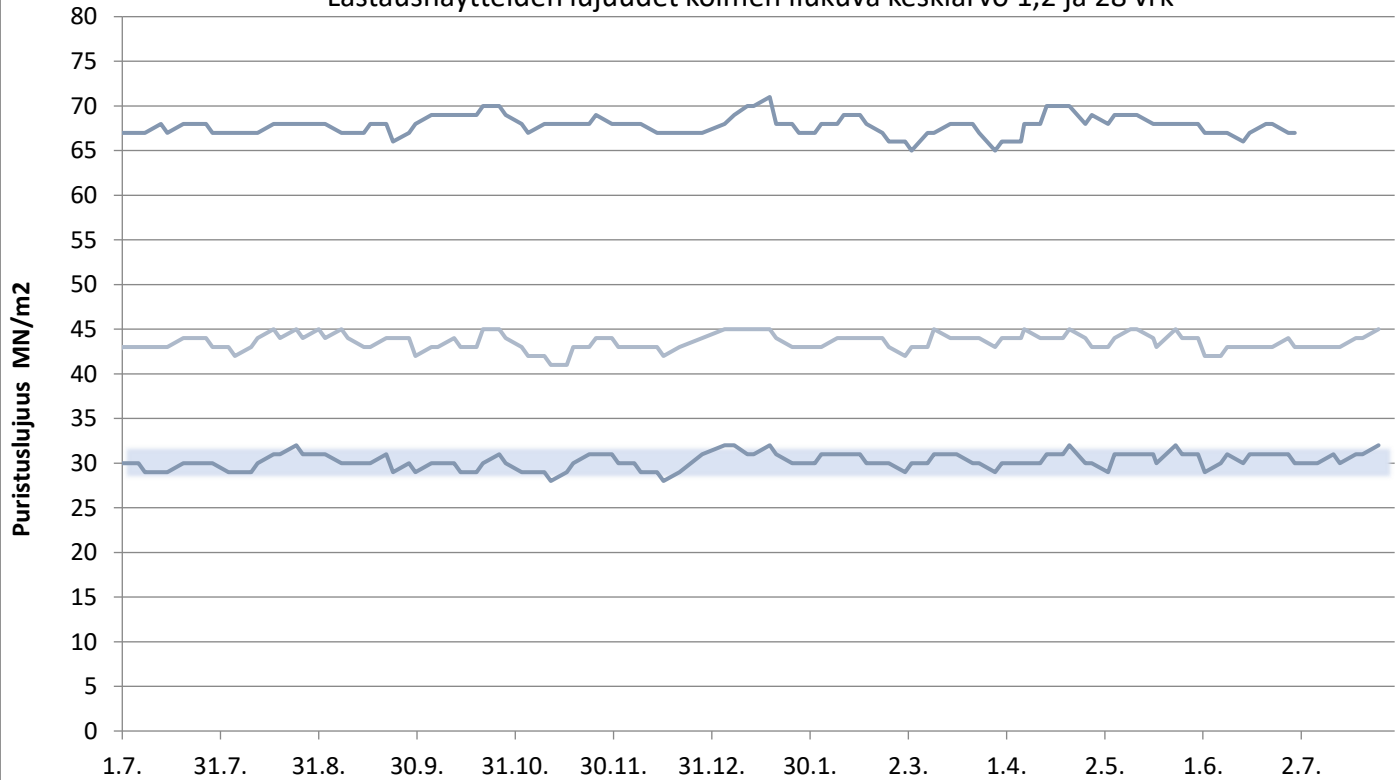


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

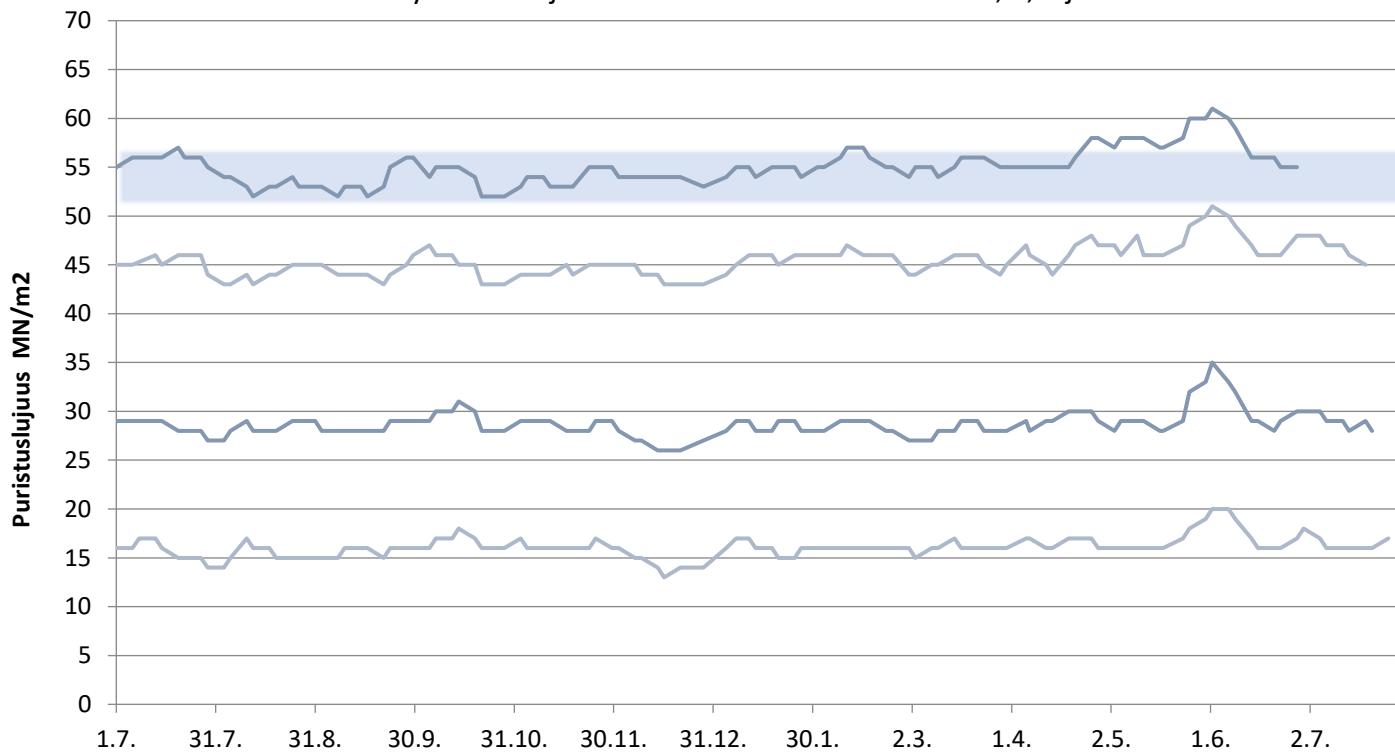

Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

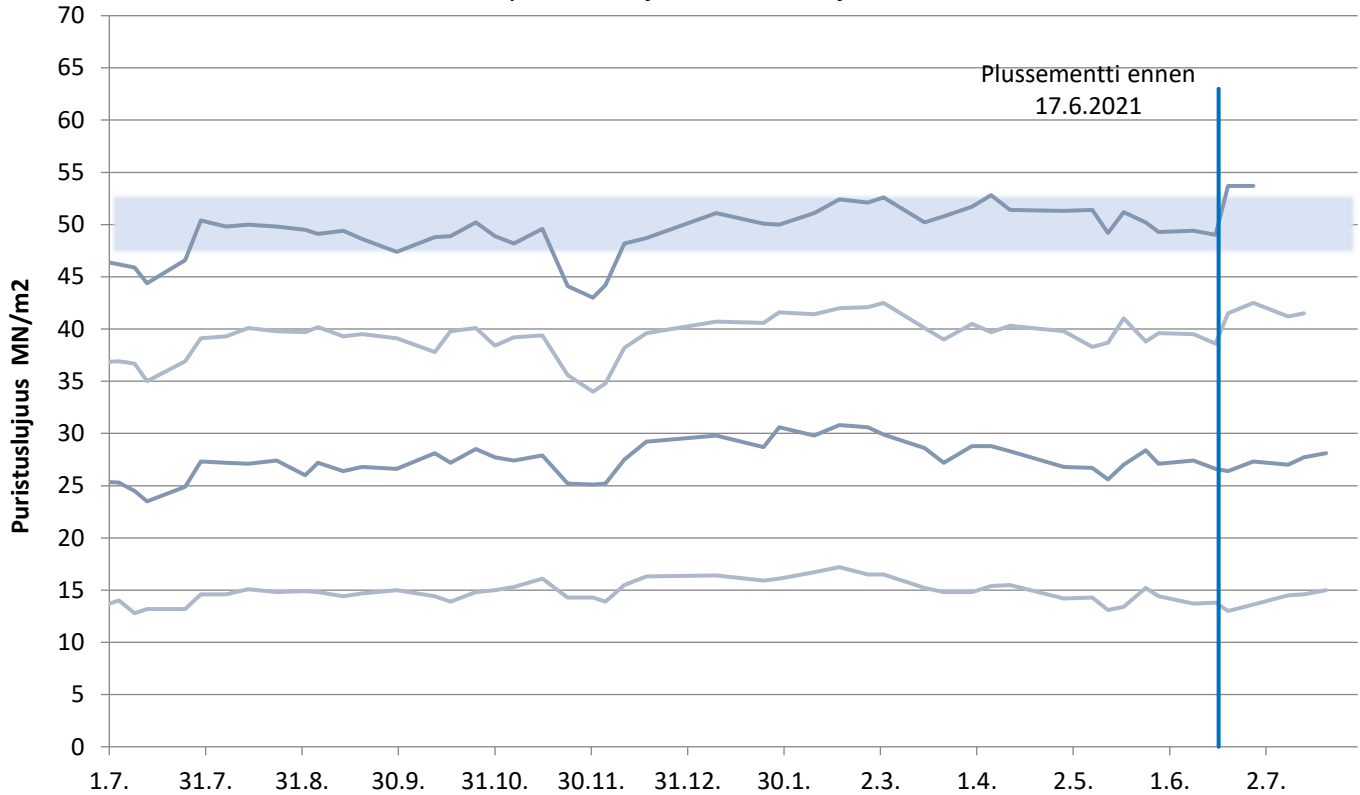


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 29.7.2021


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

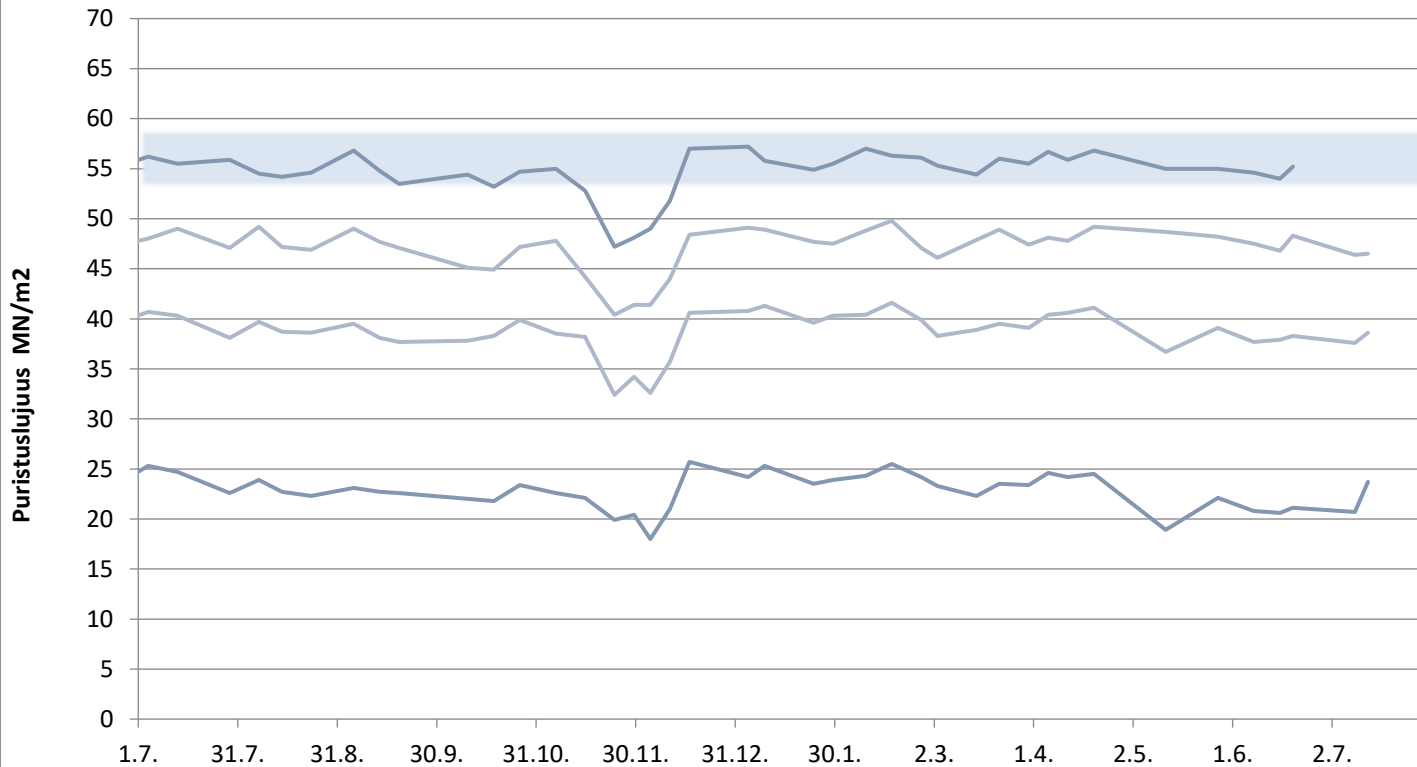


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

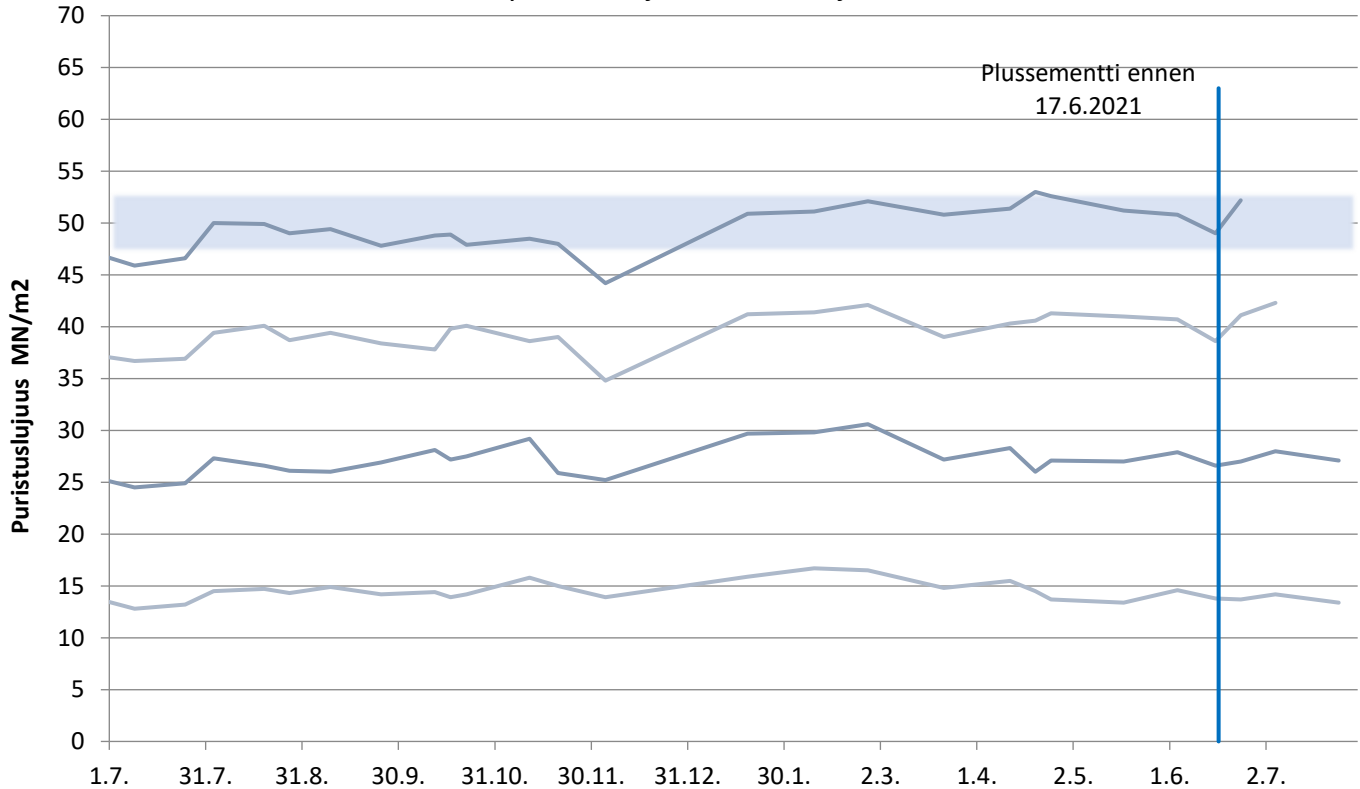


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

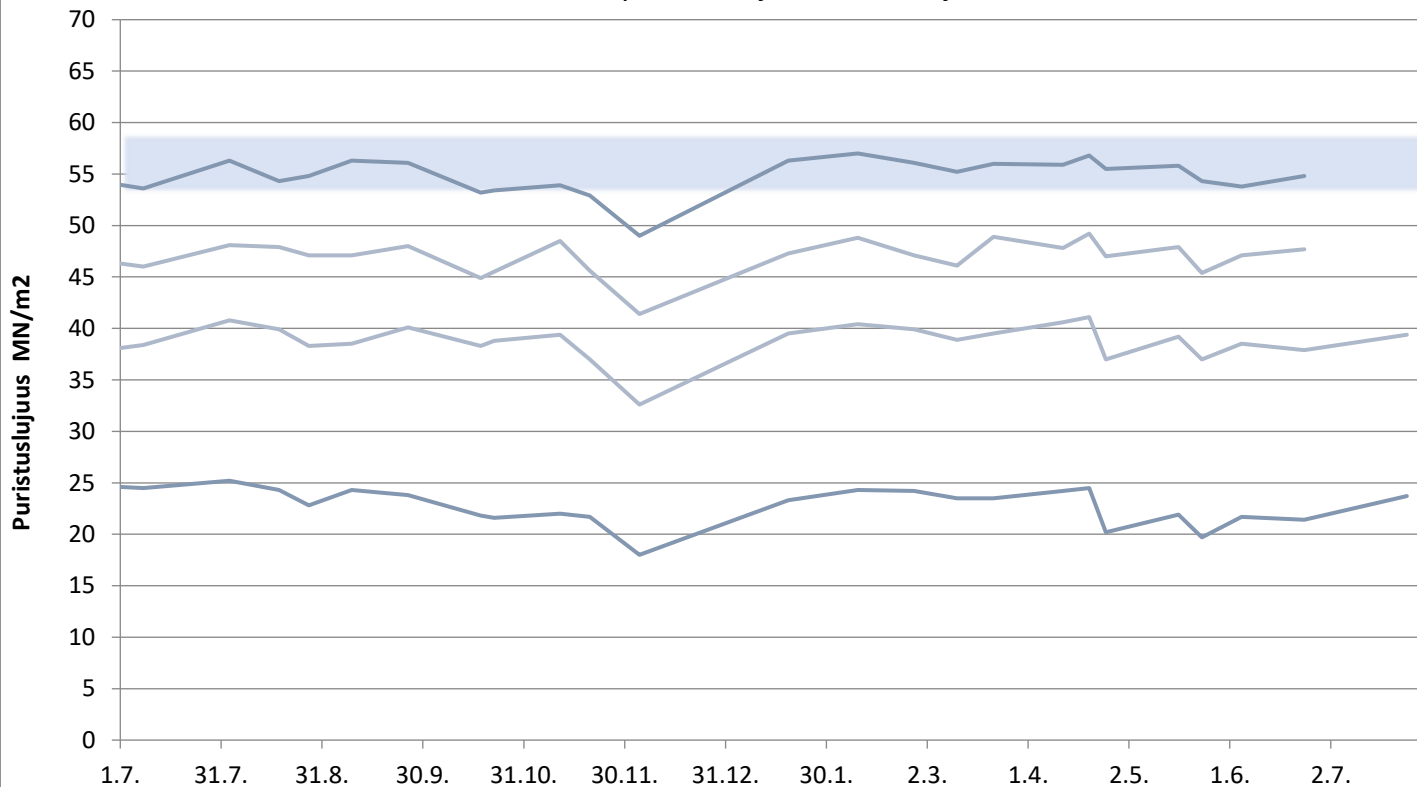


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

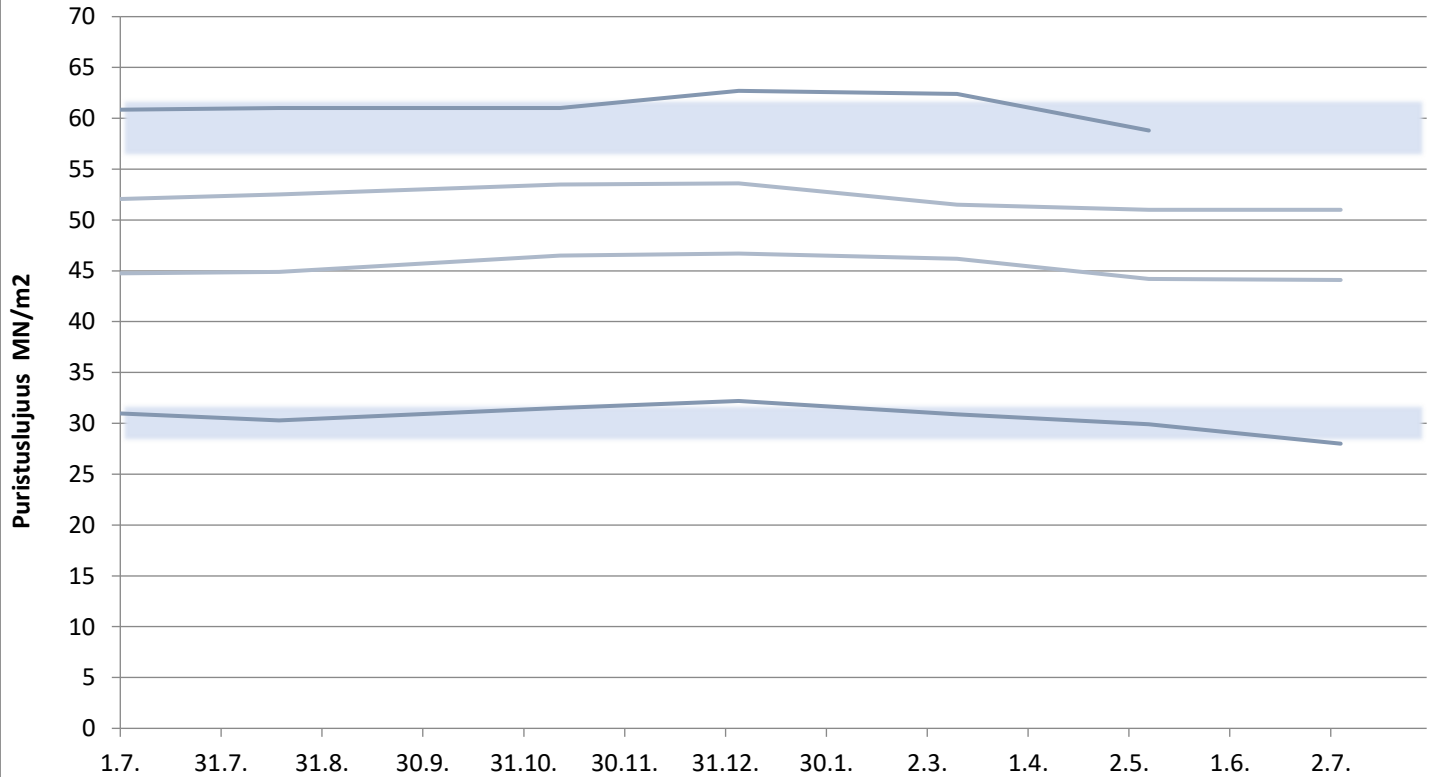

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

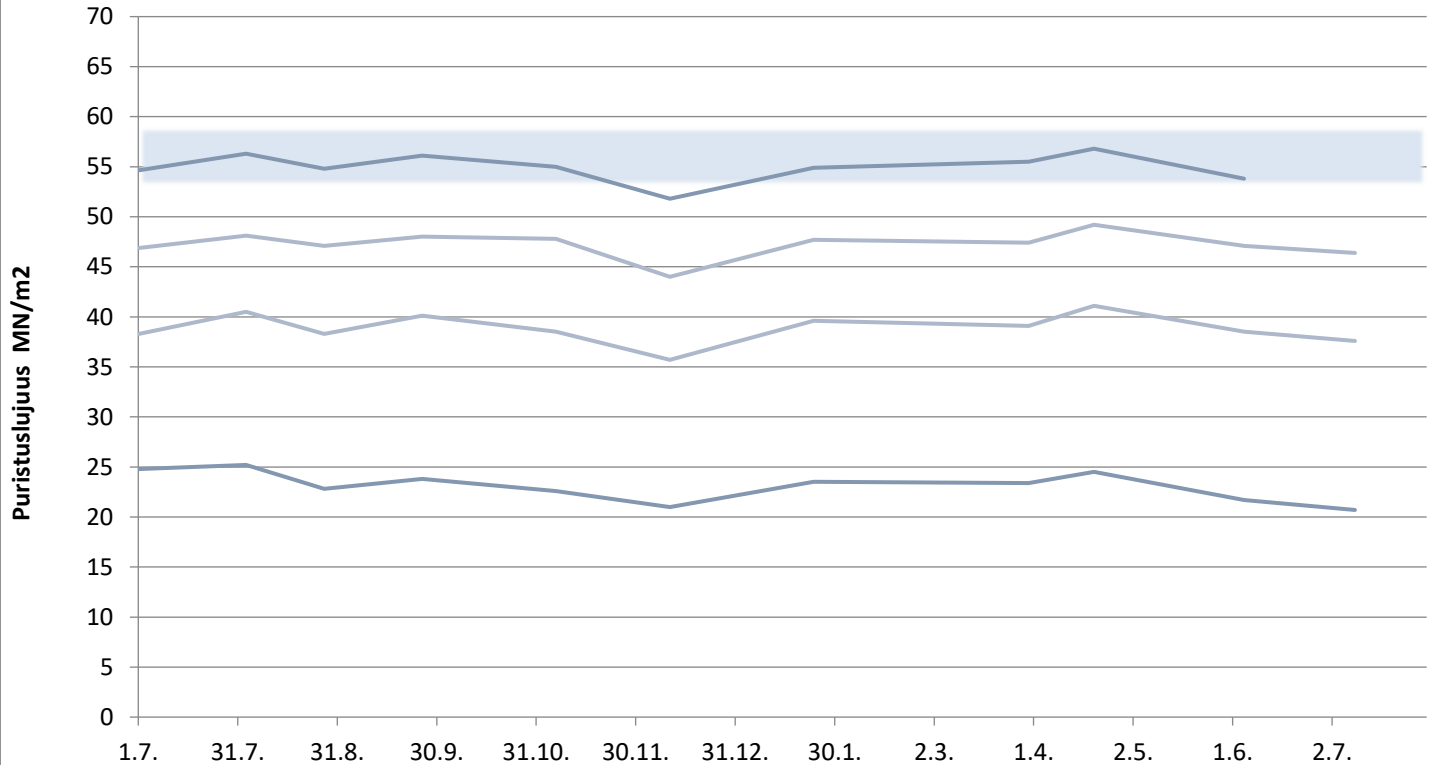

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

