

Laatuinformaatio vko 36

pvm:

9.9.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY
Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	27.08.	14	24.08.	42	30.07.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	31.08.	14	27.08.	42	03.08.	52	430	36	11	17
	03.09.	14	31.08.	41	06.08.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	27.08.	24	24.08.	48	30.07.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	31.08.	24	27.08.	48	03.08.	56	450	32	7	0
	03.09.	23	31.08.	48	06.08.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaselementti	27.08.	31	27.08.	46	30.07.	60				
CEM I 52.5 R	31.08.	31	31.08.	46	03.08.	60	550	35	4	0
	03.09.	32	03.09.	46	06.08.	61				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	30.08.	14	25.08.	38	04.08.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	01.09.	14	30.08.	39	09.08.	52	460	32	15	12
	06.09.	14	01.09.	39	11.08.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	30.08.	23	23.08.	52	02.08.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	01.09.	23	25.08.	51	04.08.	62	490	31	8	0
	06.09.	23	30.08.	52	09.08.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaselementti	01.09.	30	30.08.	43	04.08.	65				
CEM I 52.5 R	06.09.	31	01.09.	43	09.08.	66	570	30	4	0
	07.09.	31	06.09.	43	11.08.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	25.08.	28	23.08.	45	02.08.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	30.08.	30	25.08.	44	04.08.	54	380	23	4	0
	01.09.	31	30.08.	46	09.08.	54				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
19.08.	50 %	29.07.	76 %
23.08.	51 %	02.08.	76 %
26.08.	48 %	05.08.	79 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

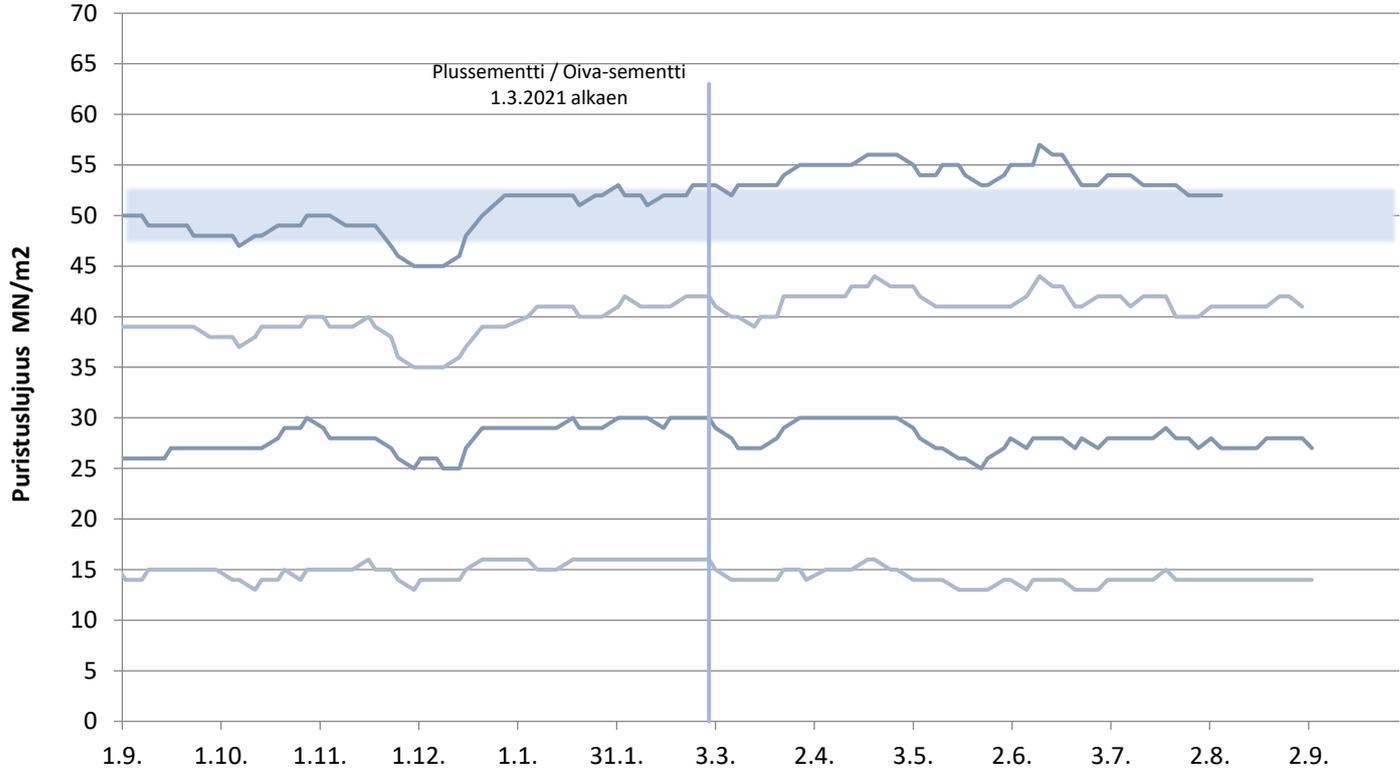


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

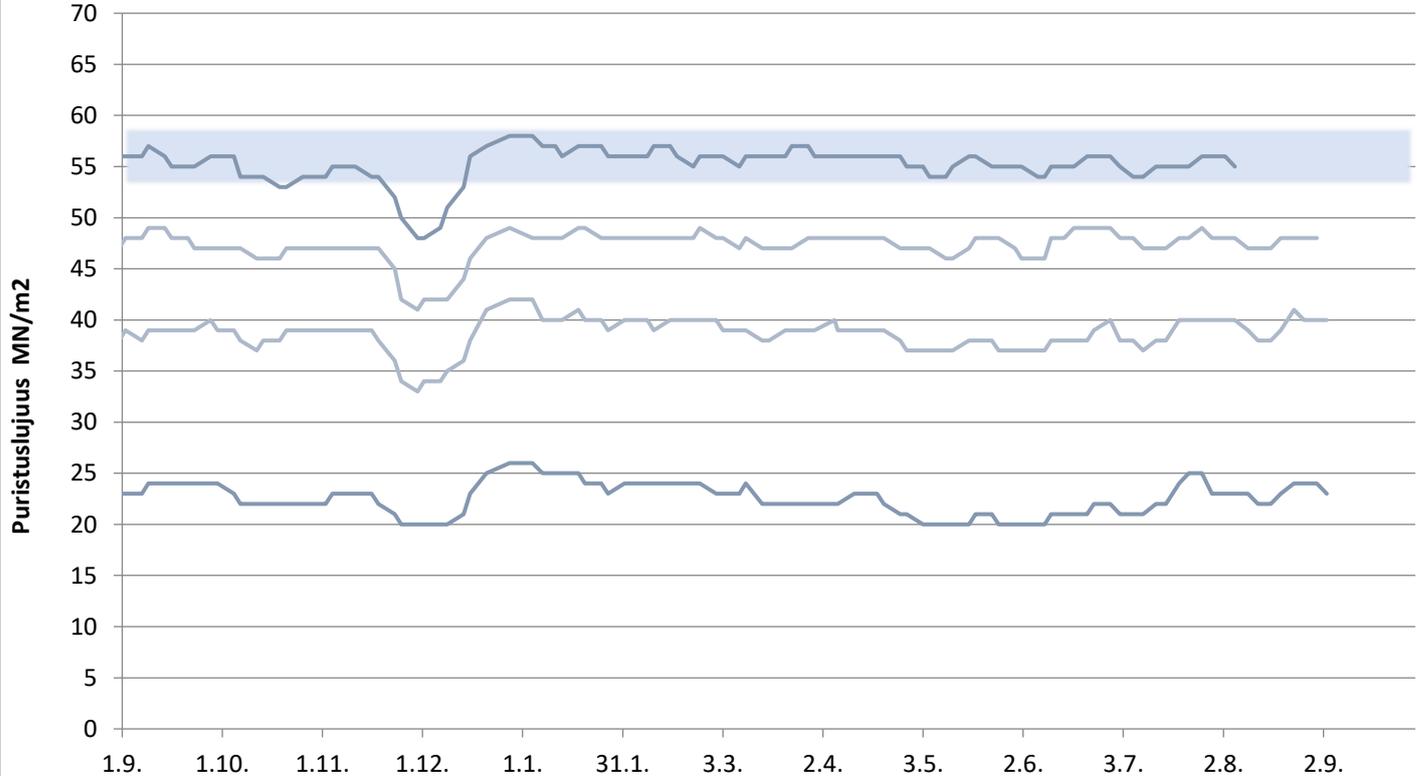


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

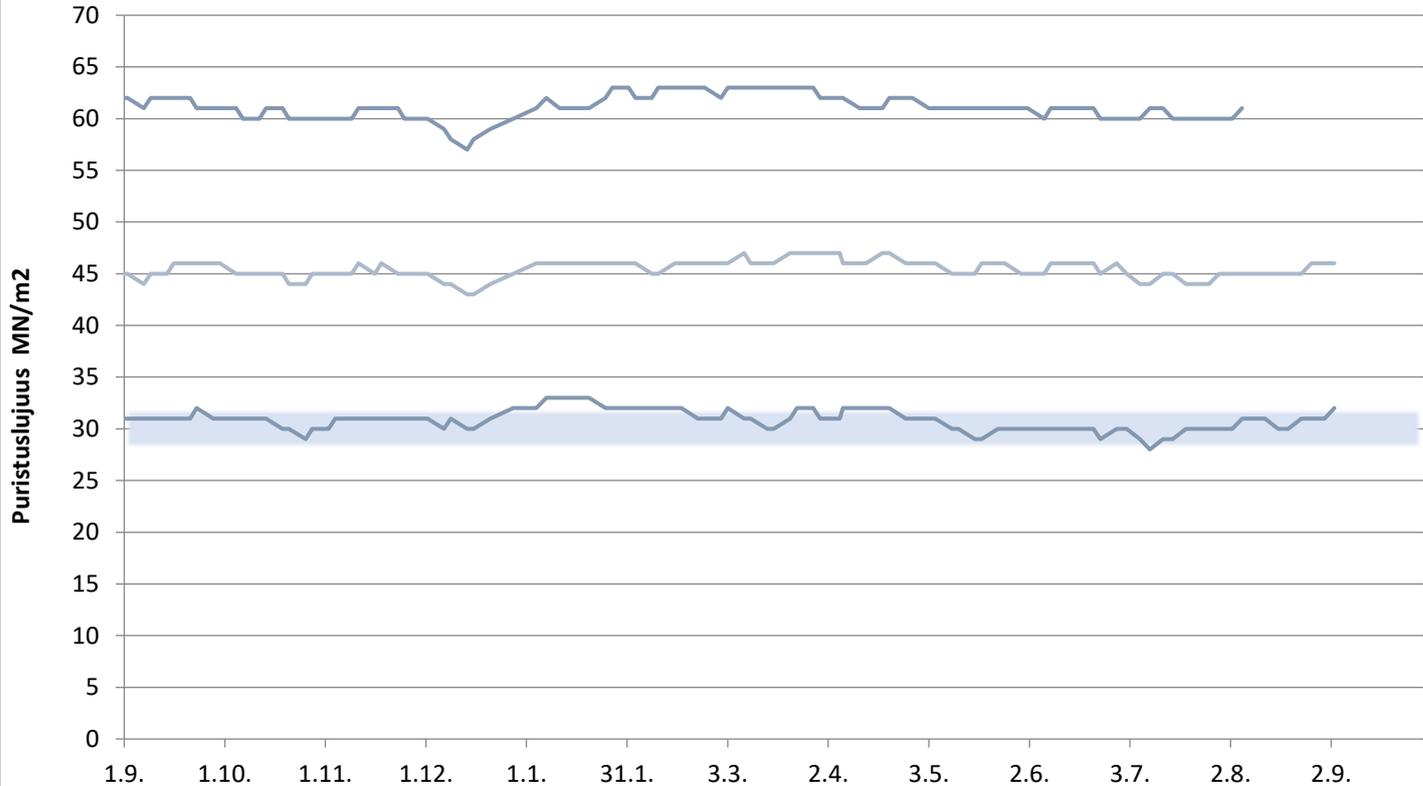


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

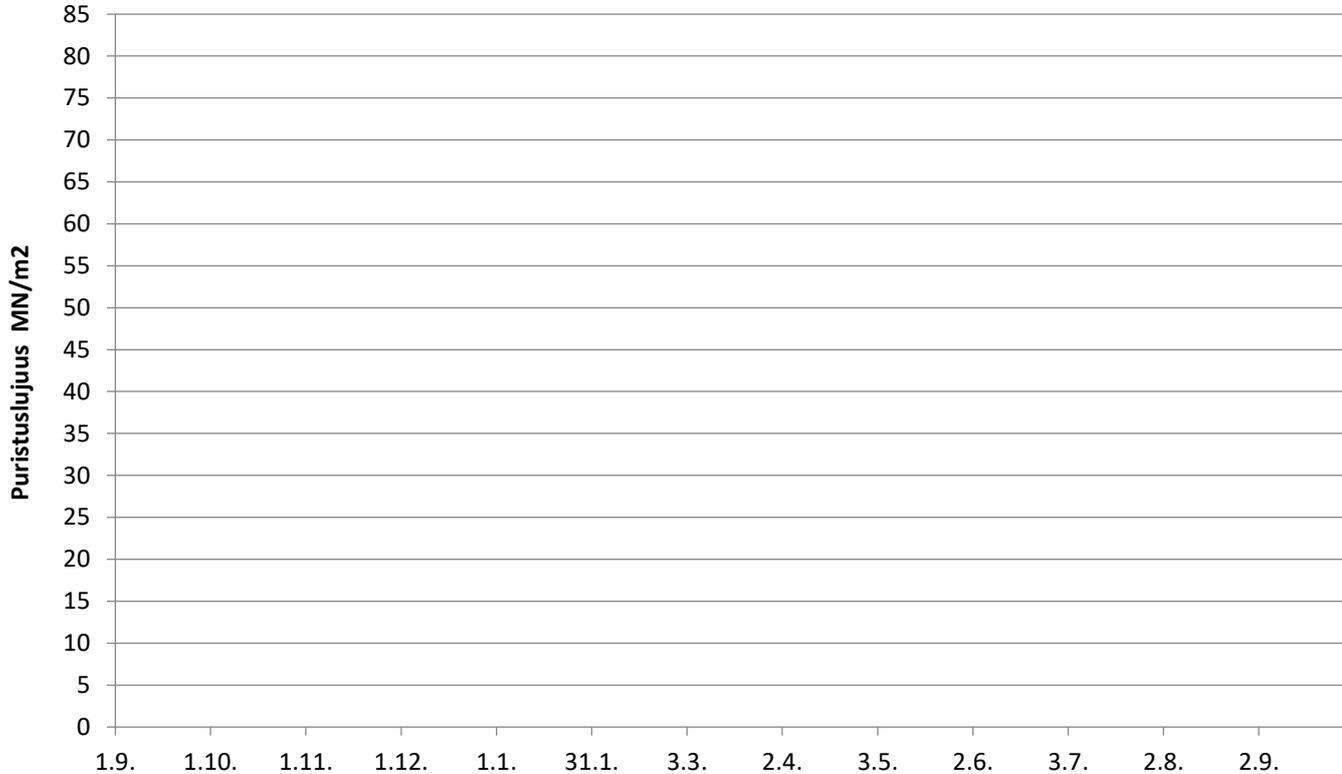

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

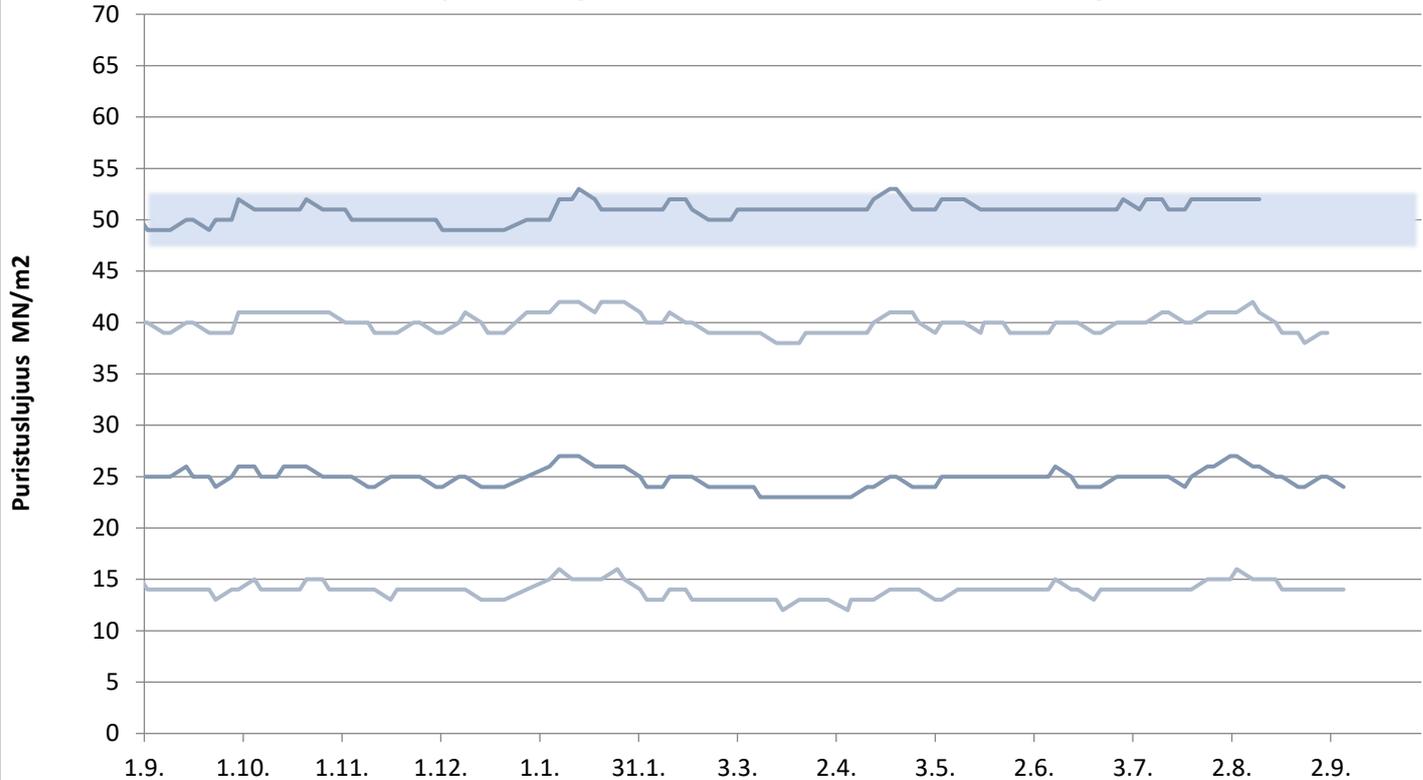

päivitetty 9.9.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

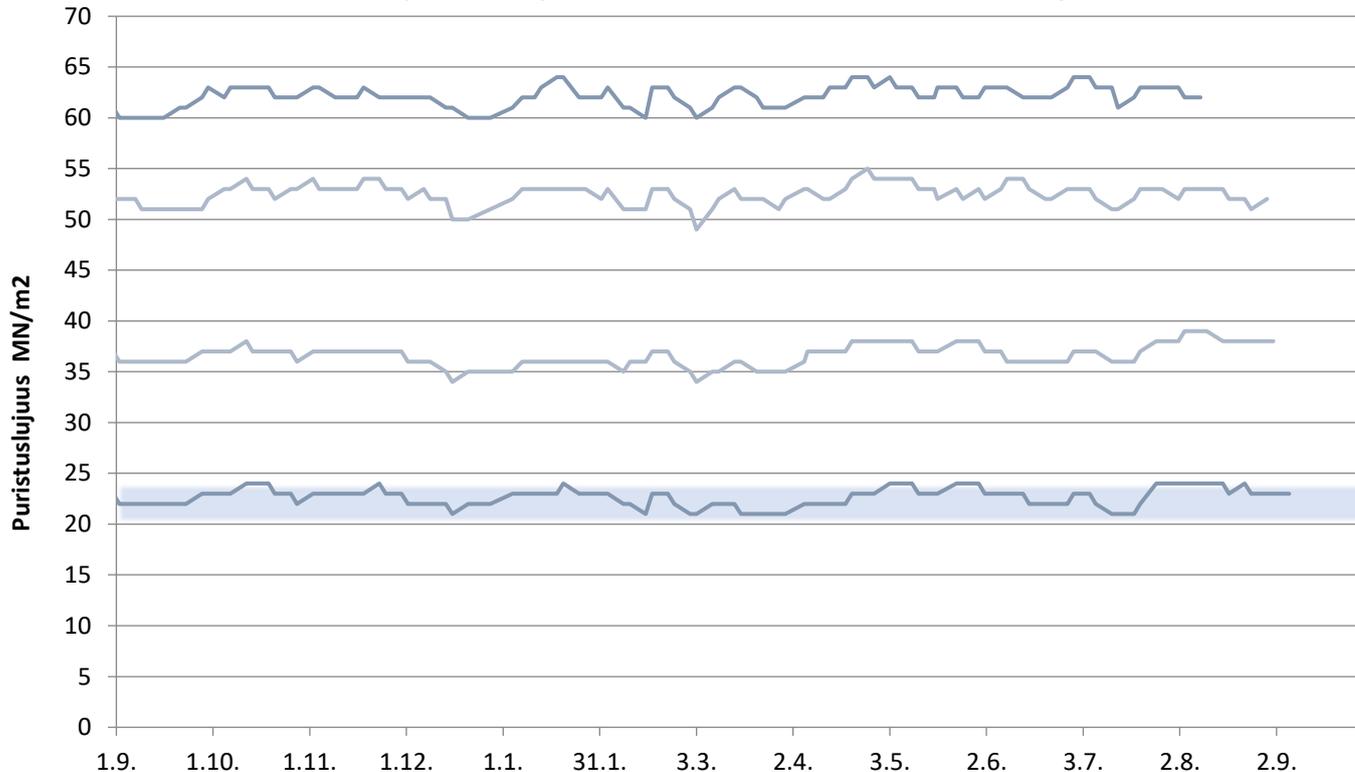


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.9.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

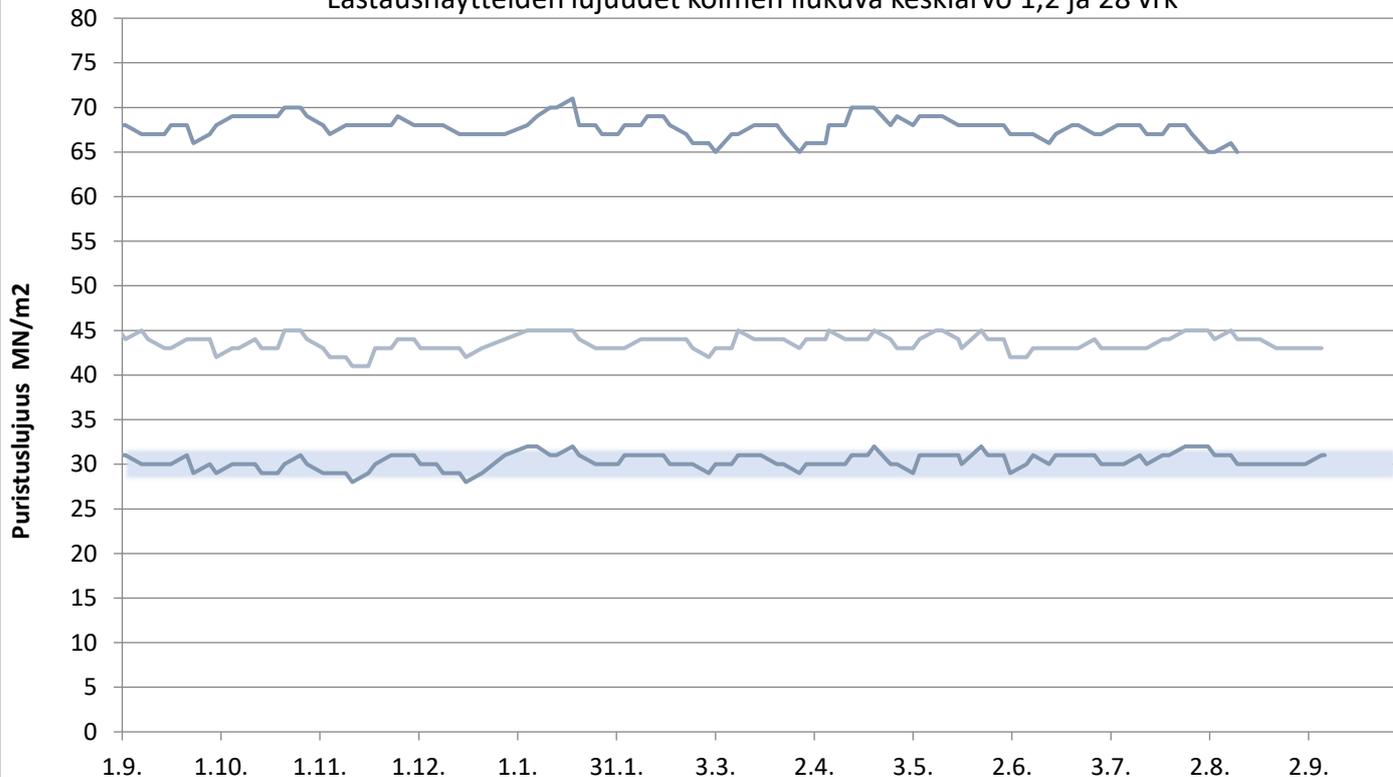


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

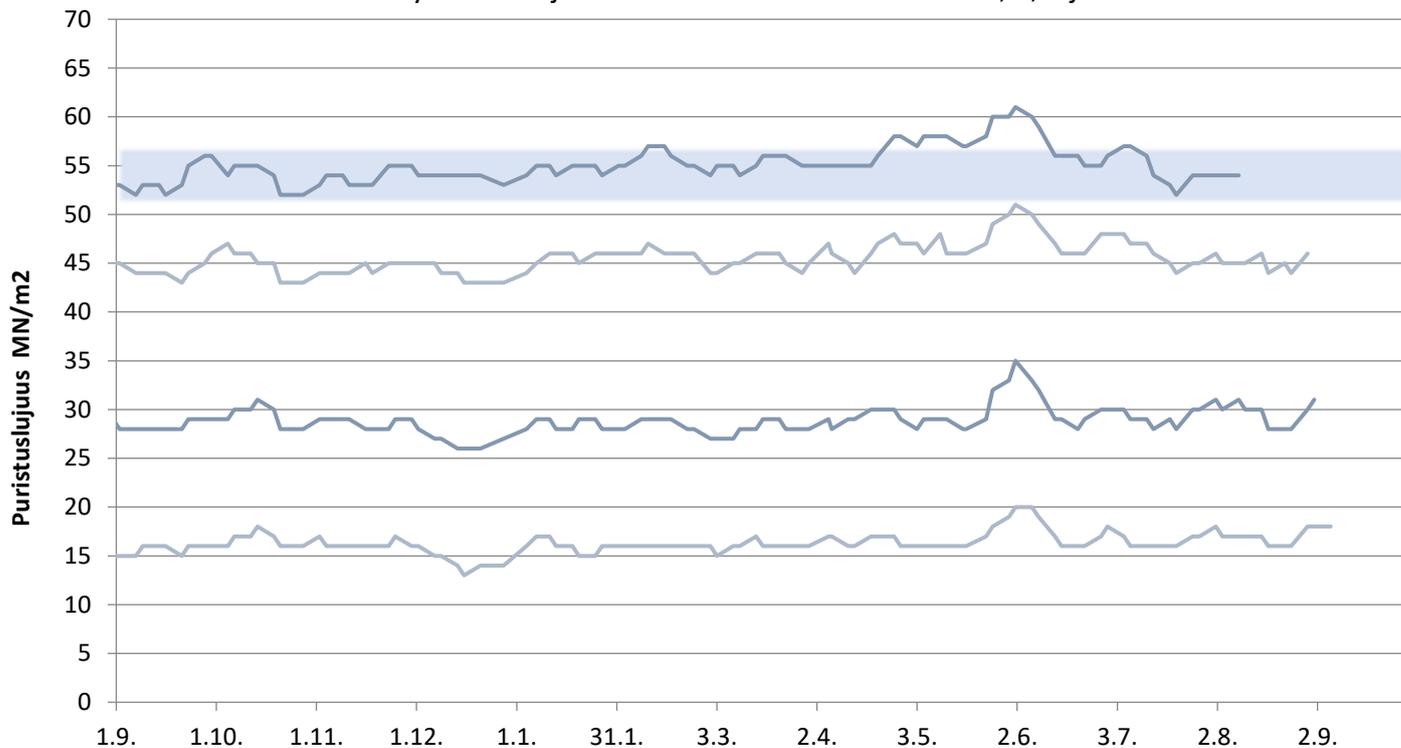


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

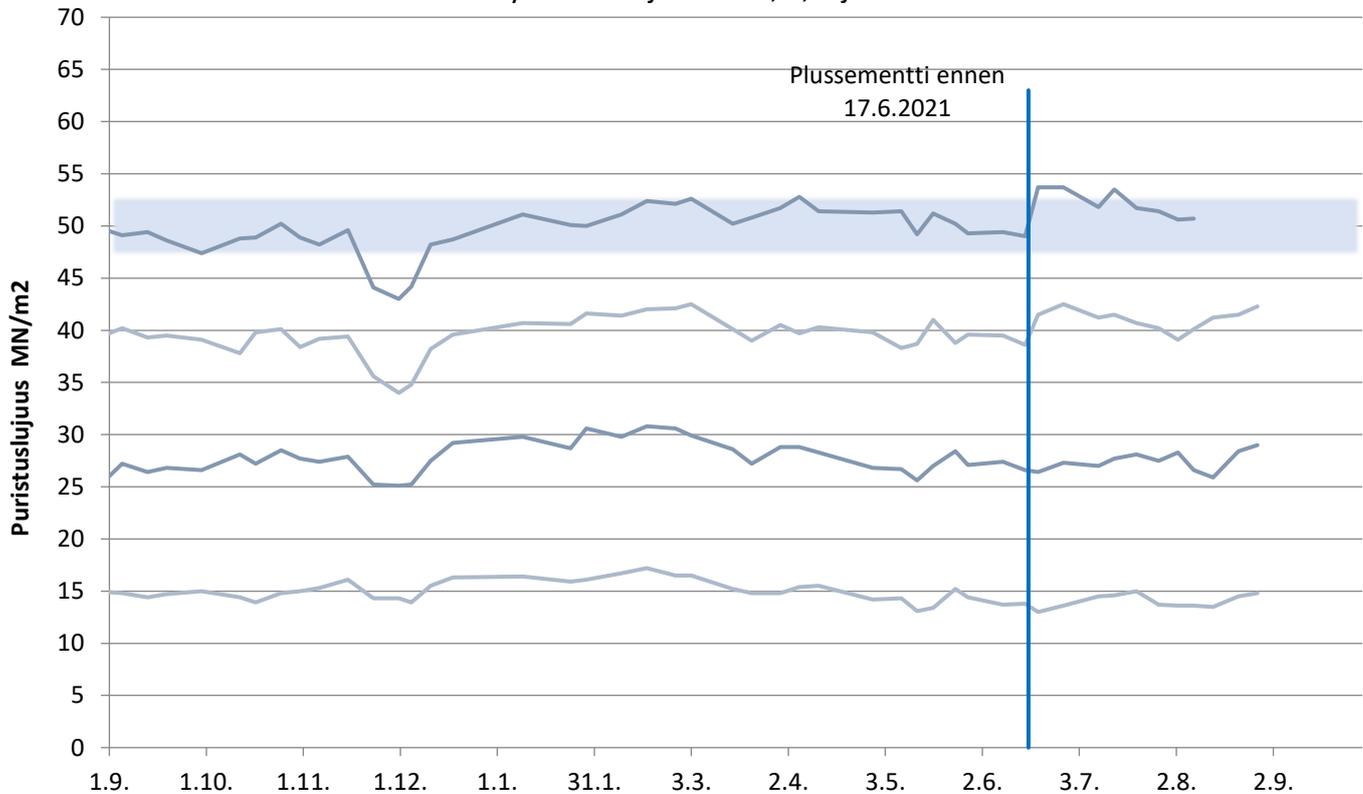


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

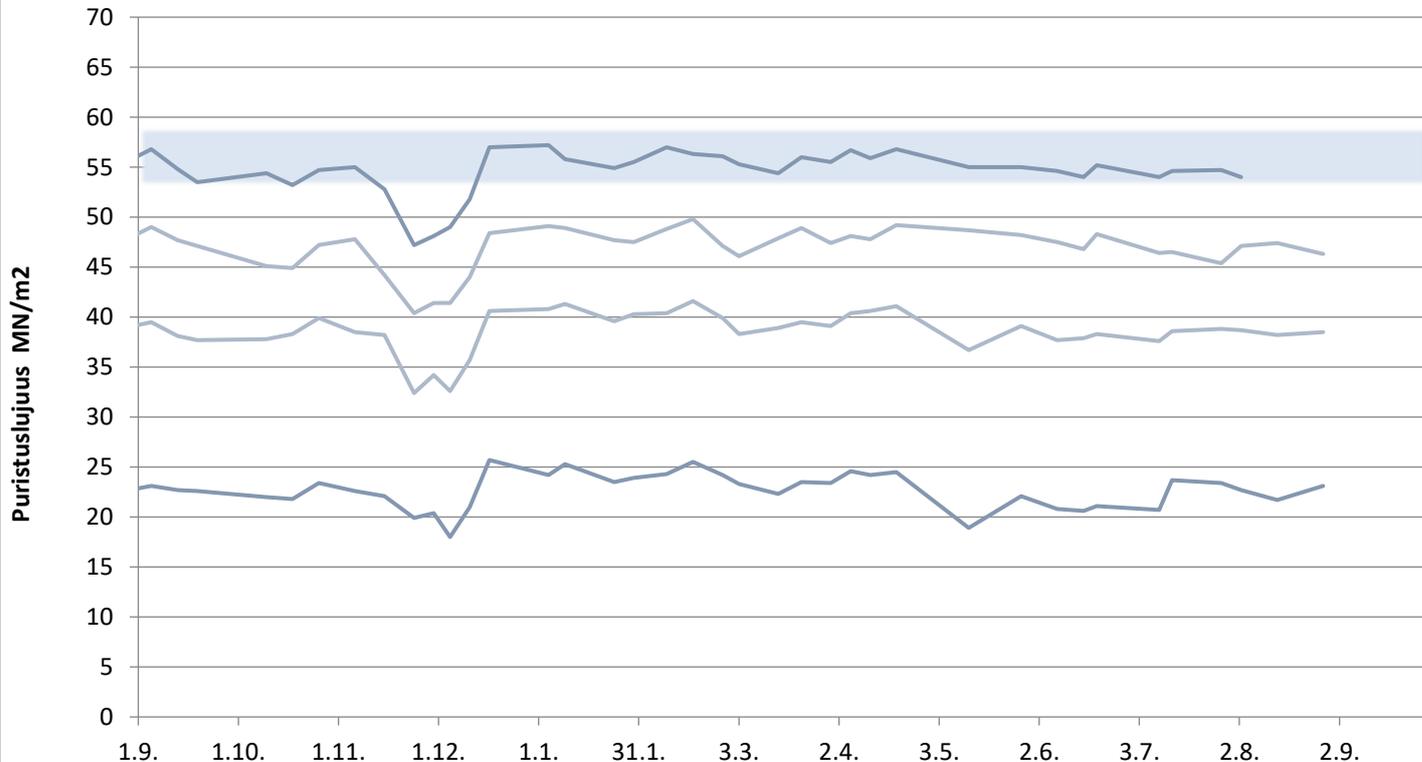


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

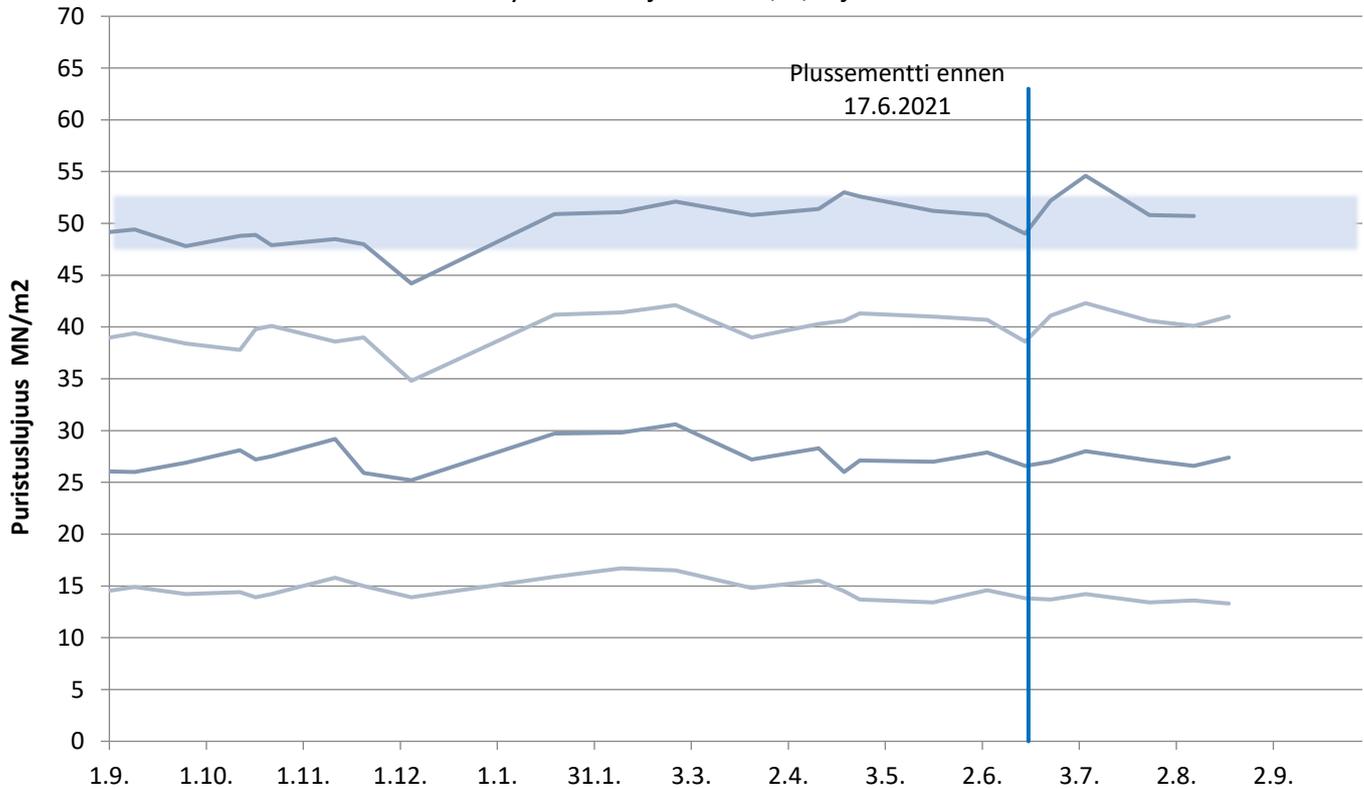


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

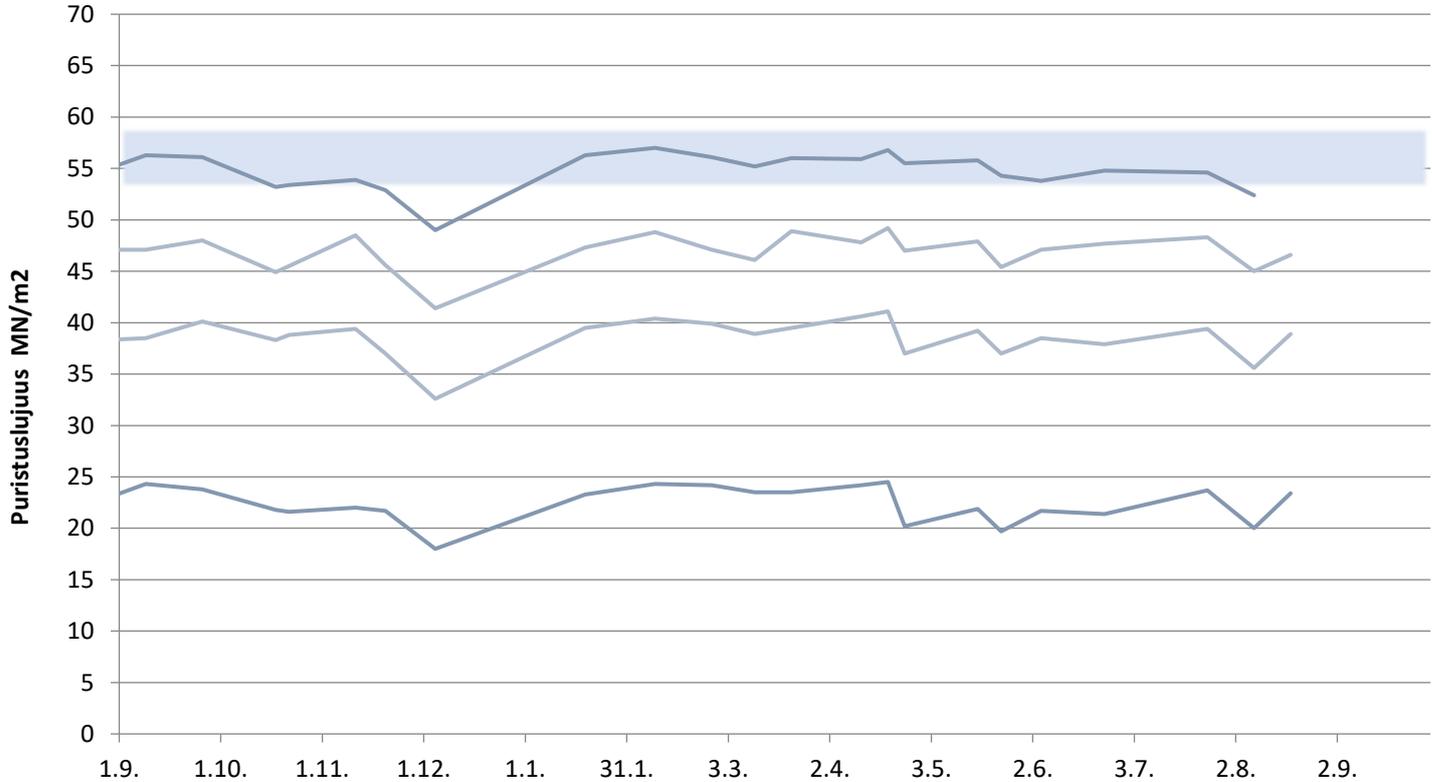


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

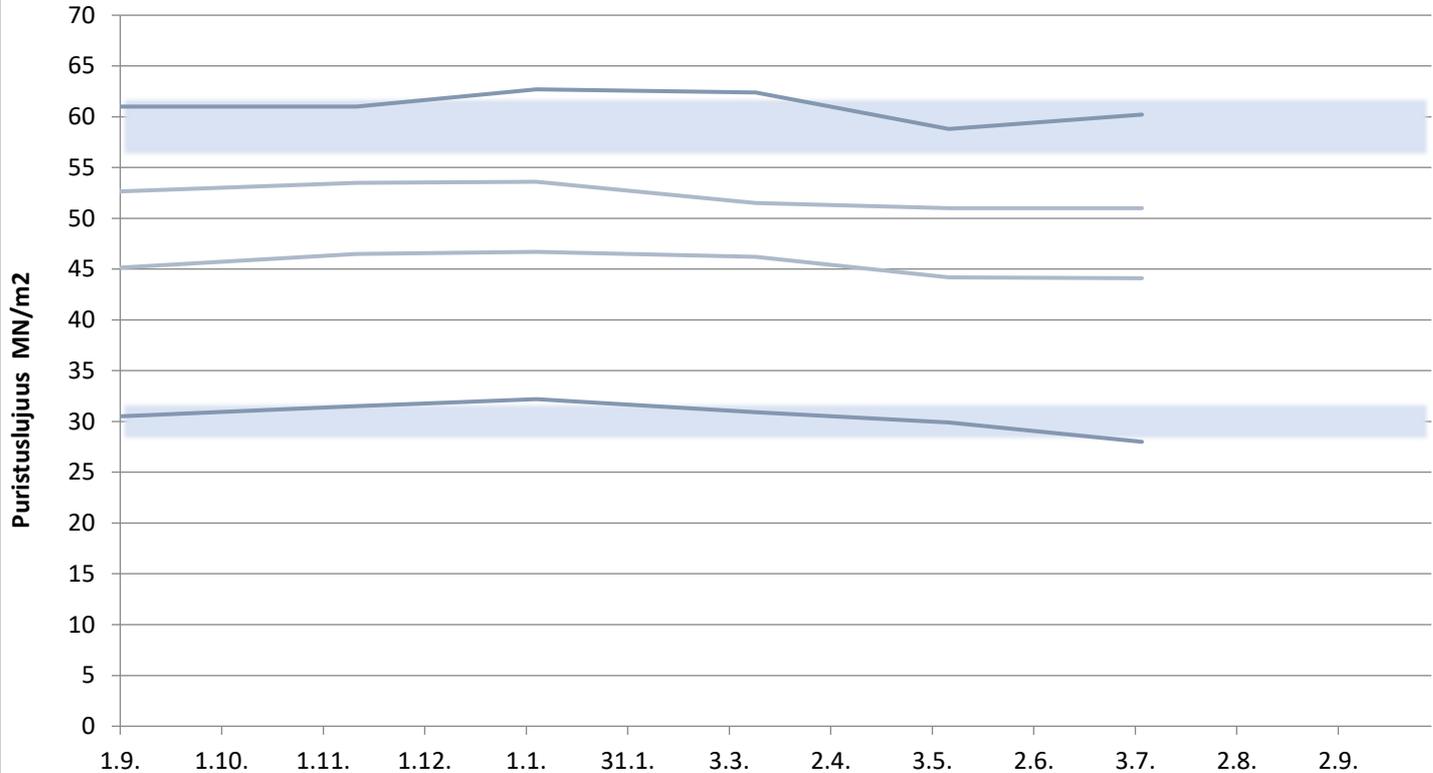

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

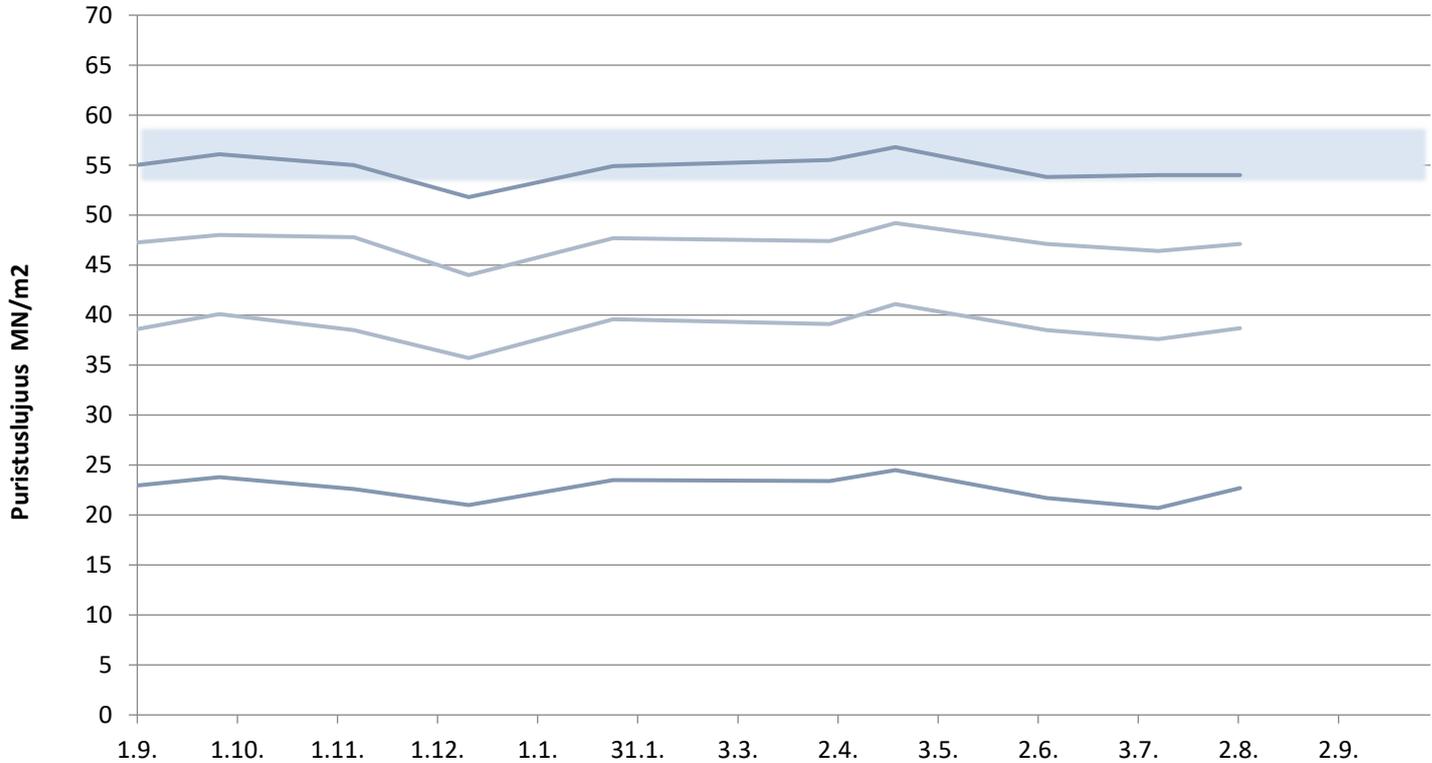

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 9.9.2021

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

