

Laatuinformaatio vko 37

pvm:

16.9.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	03.09.	14	31.08.	41	06.08.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	07.09.	14	03.09.	40	10.08.	52	440	36	11	17
	10.09.	14	07.09.	40	13.08.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	03.09.	23	31.08.	48	06.08.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	07.09.	23	03.09.	47	10.08.	54	440	32	7	0
	10.09.	23	07.09.	46	13.08.	54				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	03.09.	32	03.09.	46	06.08.	61				
CEM I 52.5 R	07.09.	33	07.09.	44	10.08.	61	560	35	4	0
	10.09.	33	10.09.	44	13.08.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	08.09.	19	07.09.	33	13.08.	51				
CEM I 42.5 R	10.09.	19	08.09.	33	16.08.	52	420	31	4	0
	13.09.	19	10.09.	33	17.08.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	06.09.	14	01.09.	39	11.08.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	08.09.	14	06.09.	39	16.08.	51	460	32	15	12
	13.09.	14	08.09.	39	18.08.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	06.09.	23	30.08.	52	09.08.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	08.09.	23	01.09.	52	11.08.	62	480	31	8	0
	13.09.	22	06.09.	52	16.08.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	07.09.	31	07.09.	43	11.08.	65				
CEM I 52.5 R	08.09.	31	08.09.	44	16.08.	65	560	30	4	0
	13.09.	31	13.09.	44	18.08.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	06.09.	31	30.08.	46	09.08.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	08.09.	30	01.09.	46	11.08.	53	370	23	4	0
	13.09.	29	06.09.	47	16.08.	54				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
23.08.	51 %	05.08.	79 %
26.08.	48 %	09.08.	76 %
30.08.	49 %	12.08.	76 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

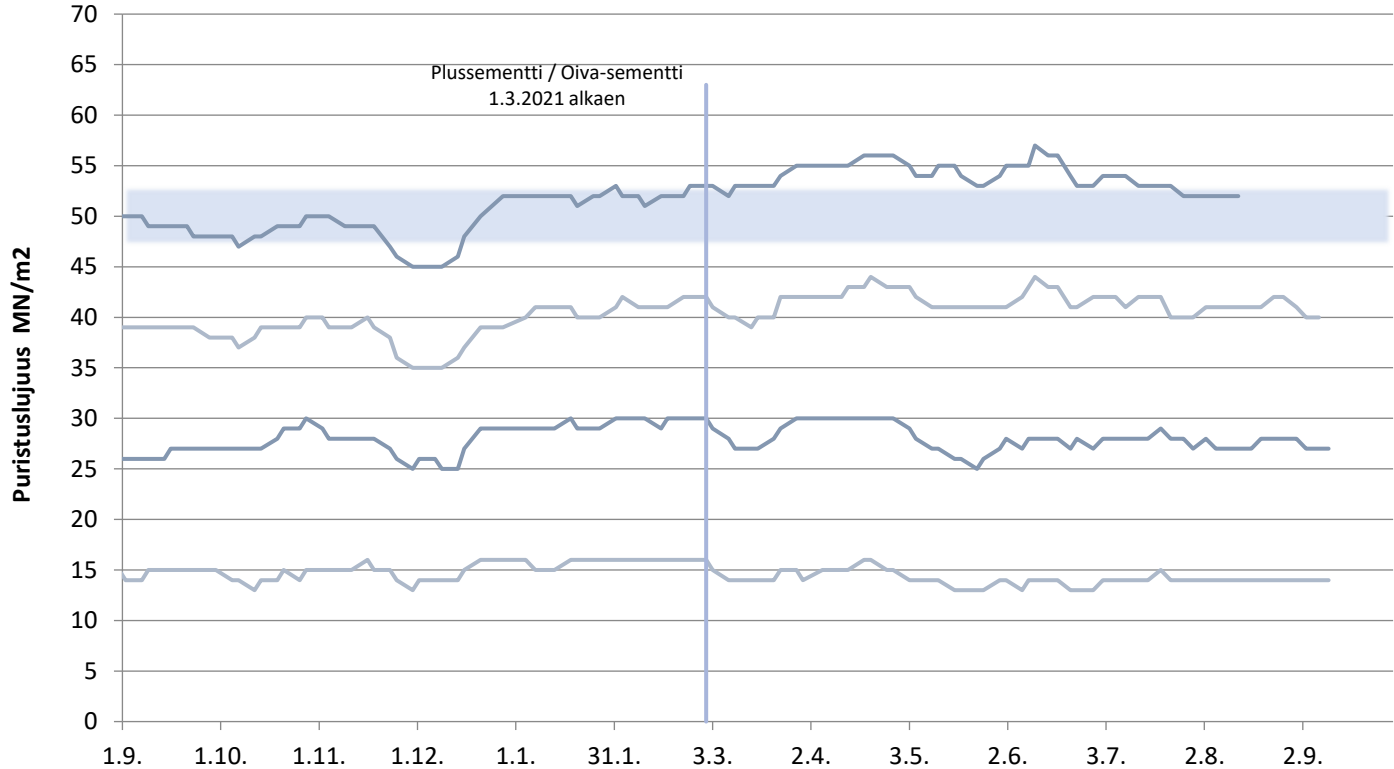


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

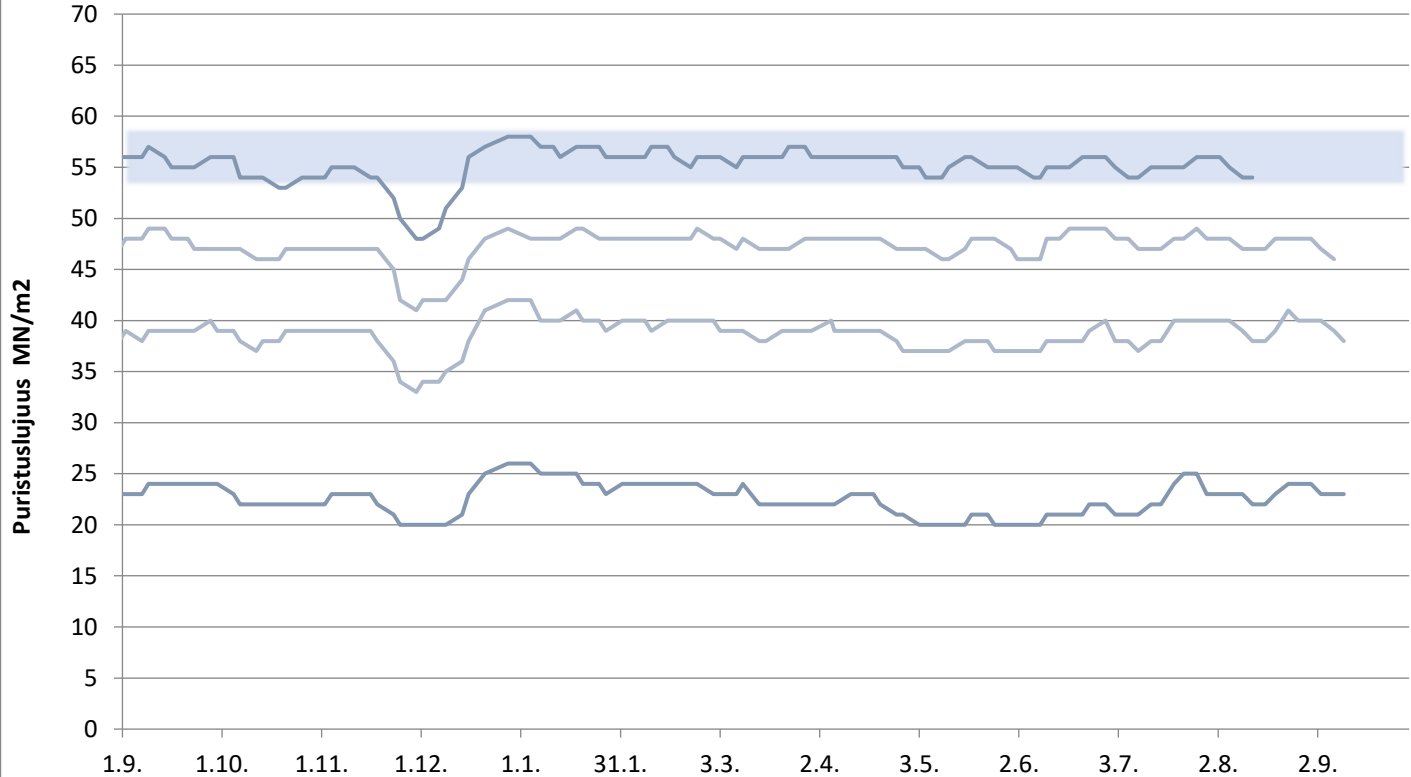


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

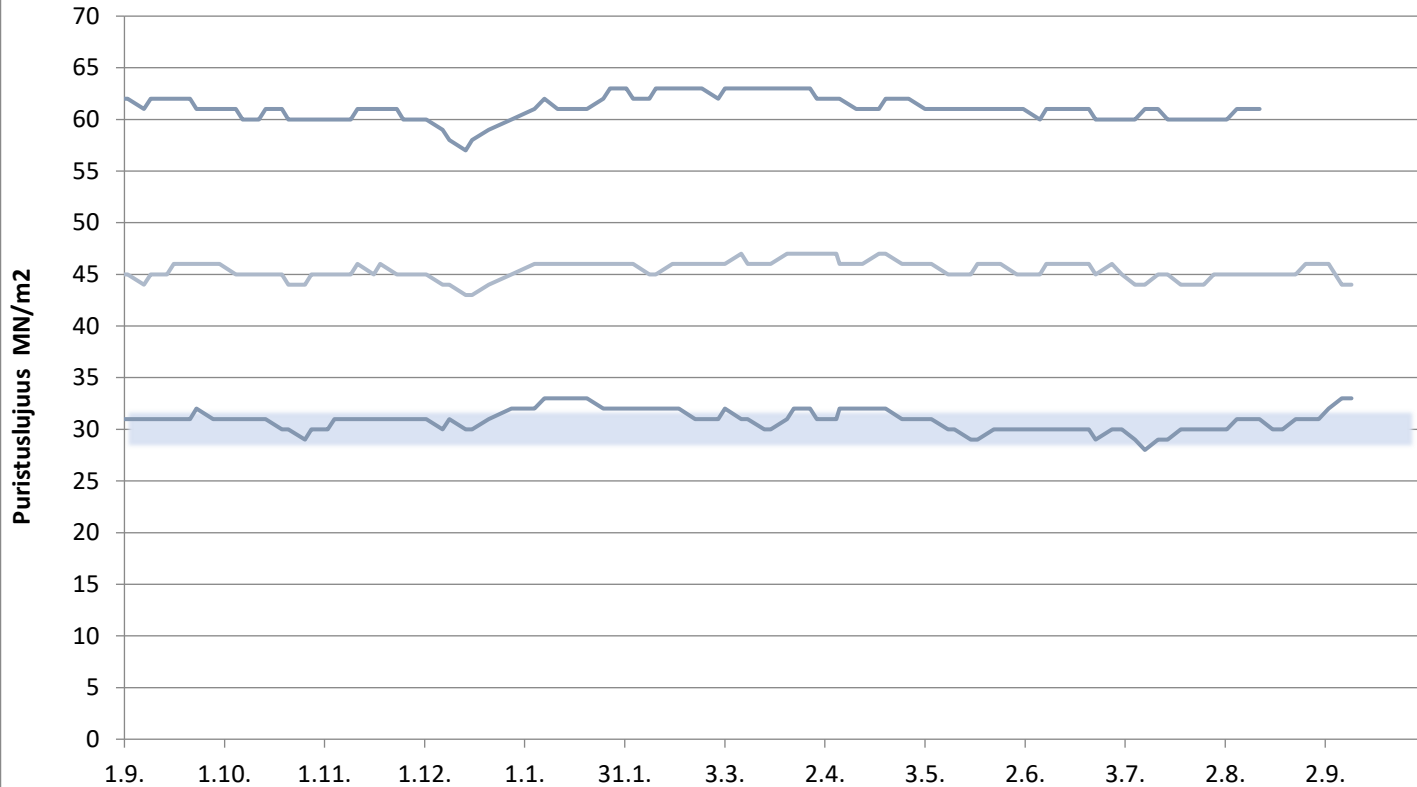


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

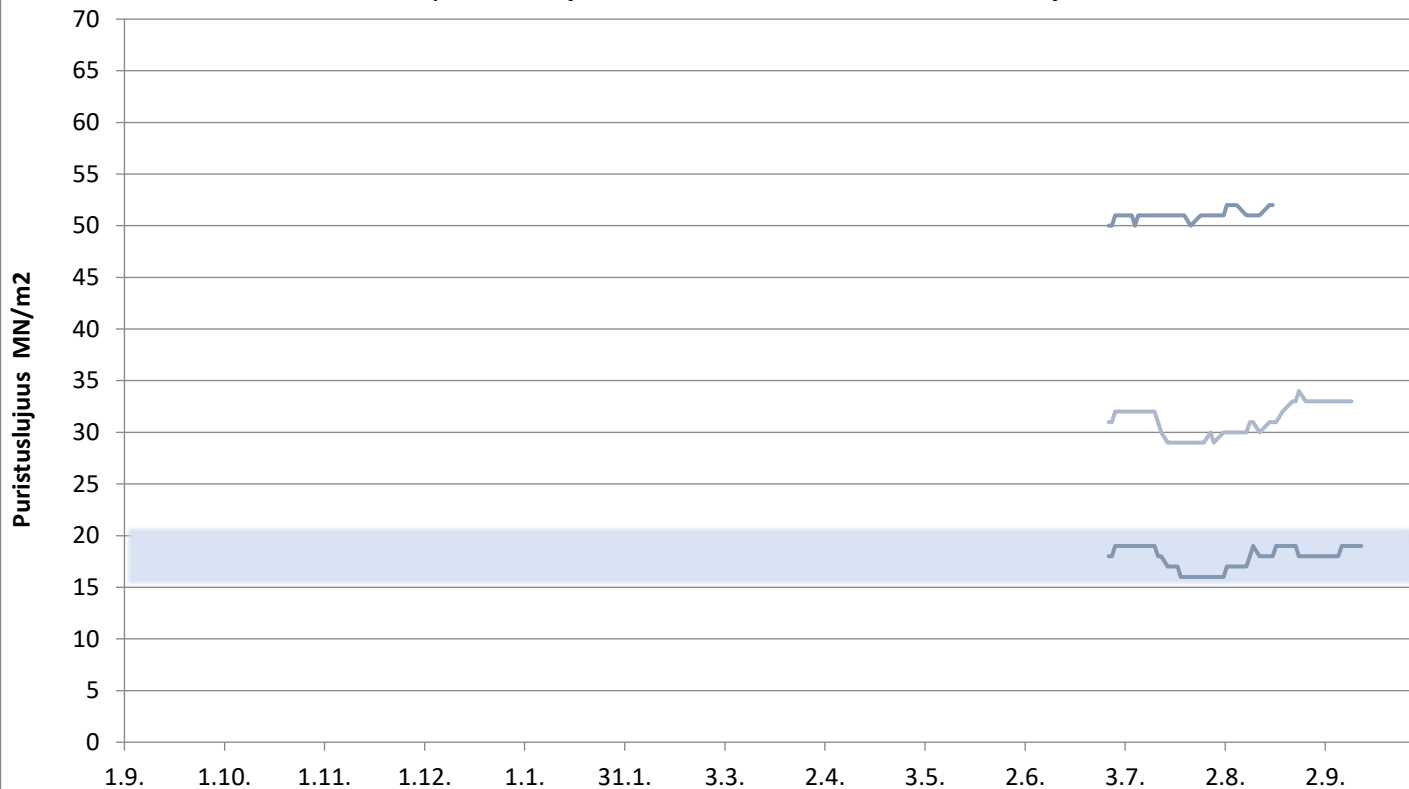


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

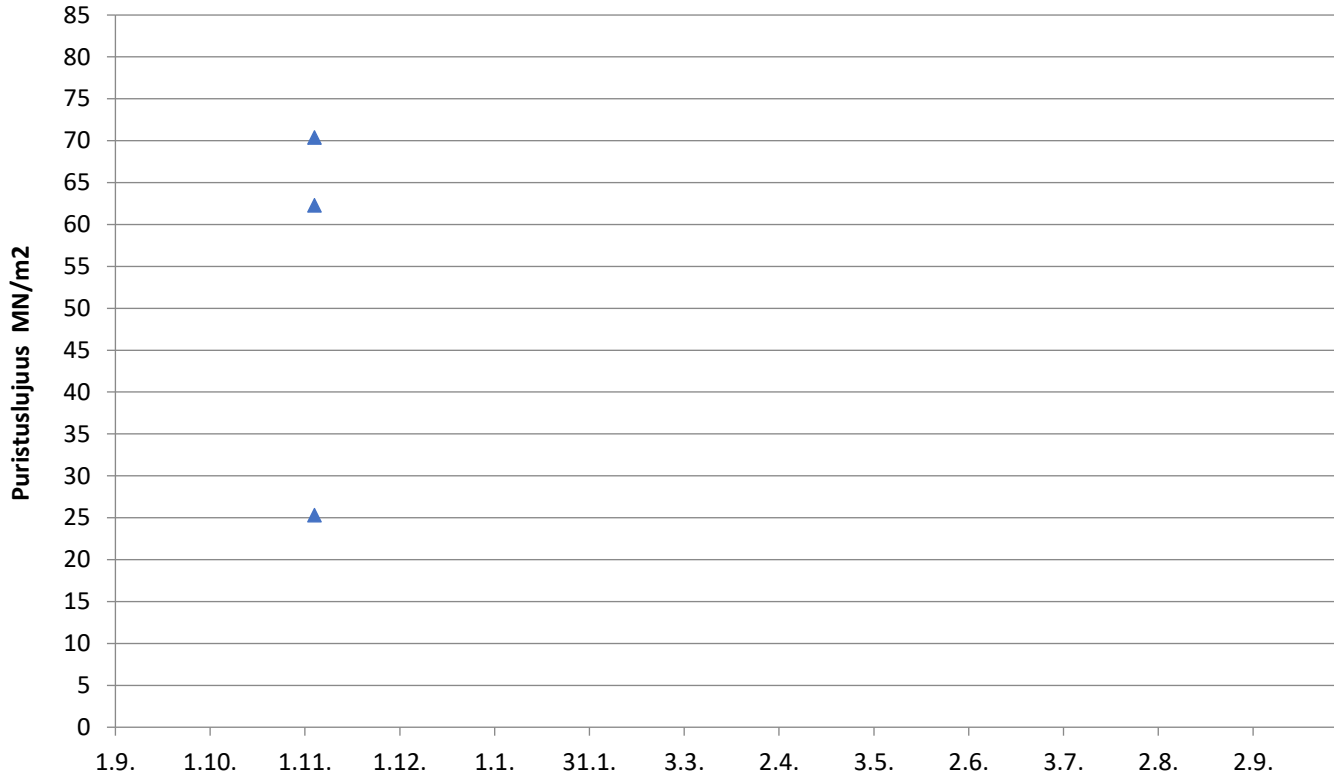

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

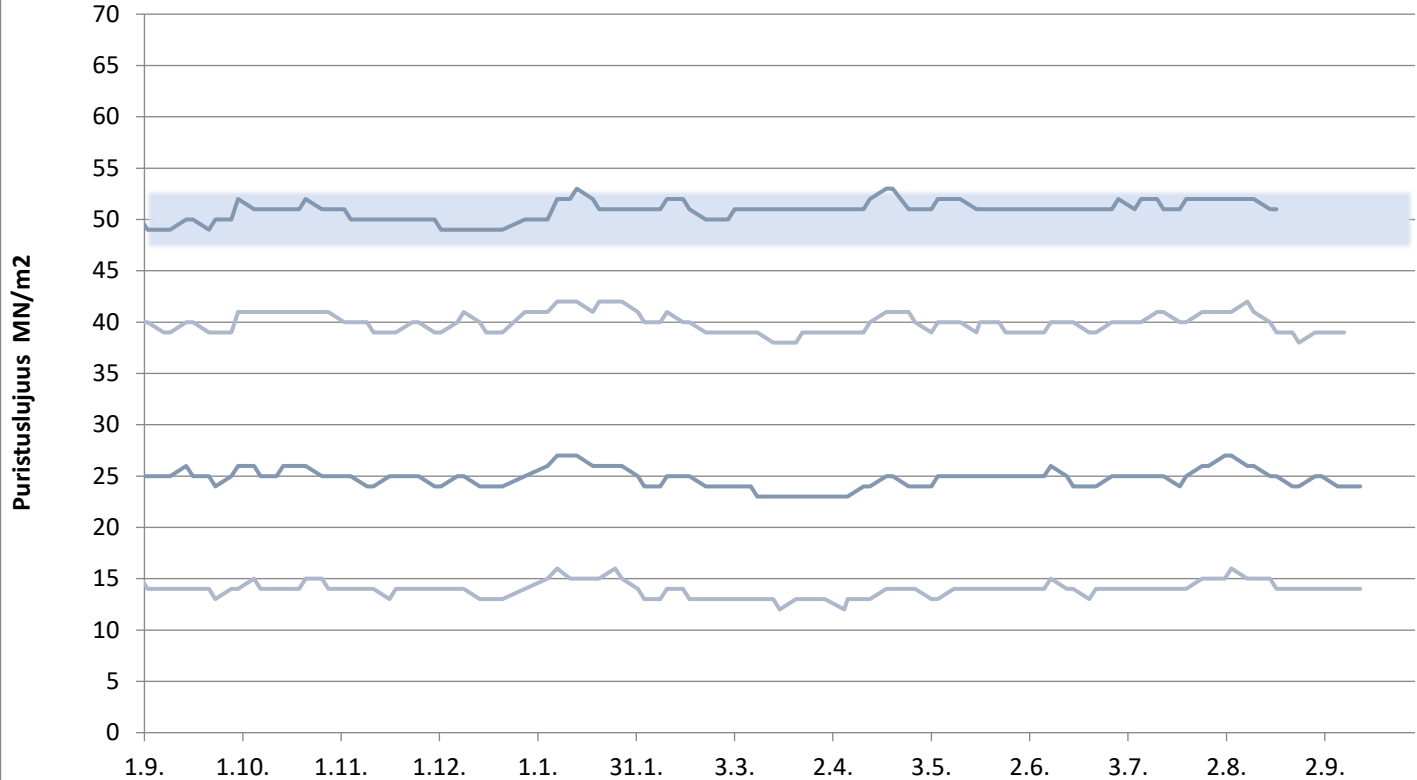

päivitetty 16.9.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

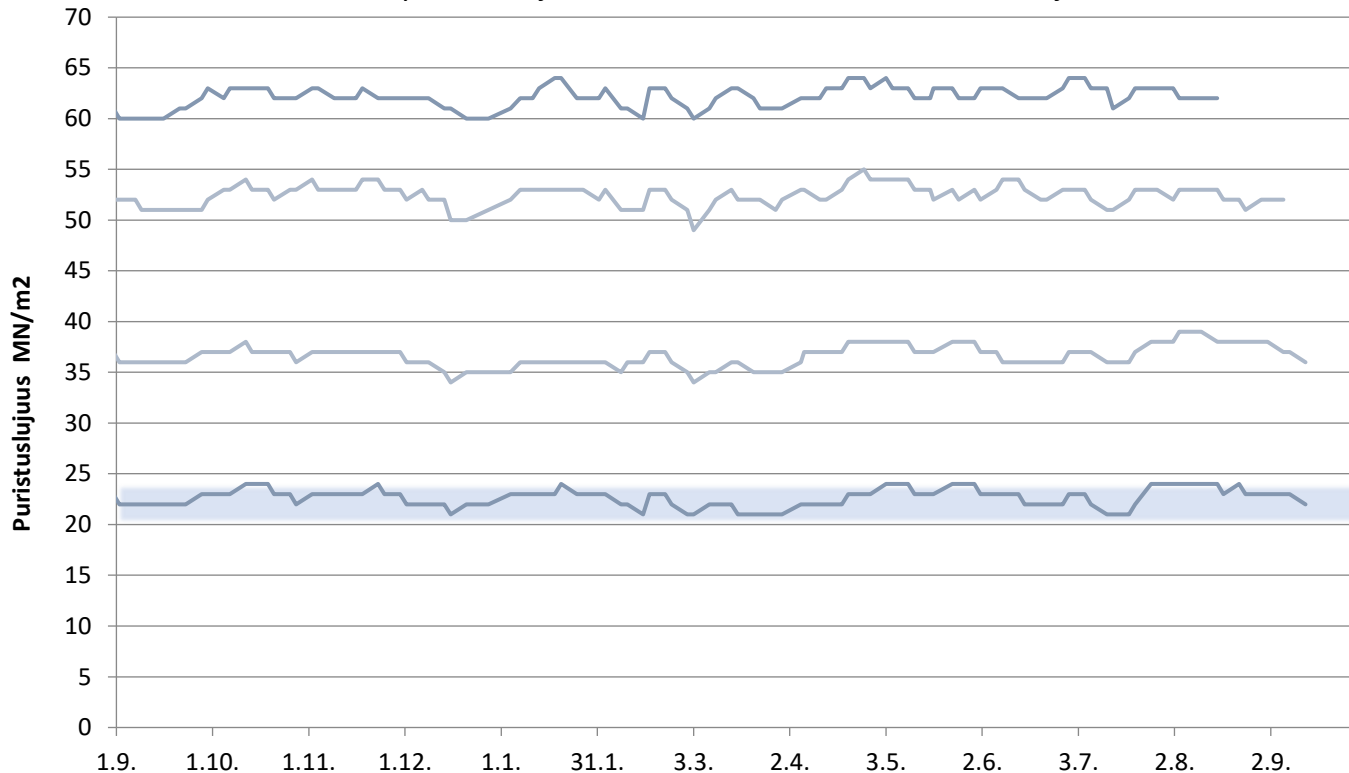


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.9.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

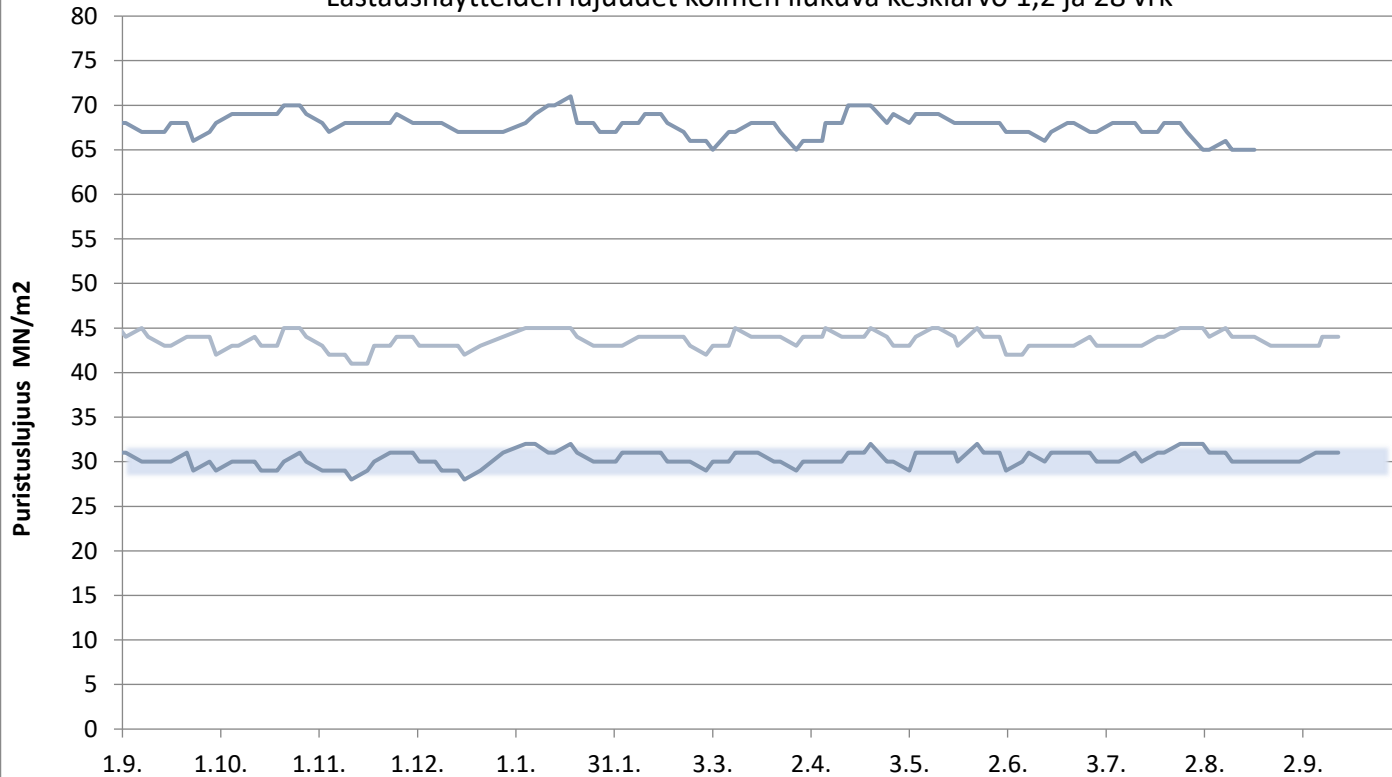


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

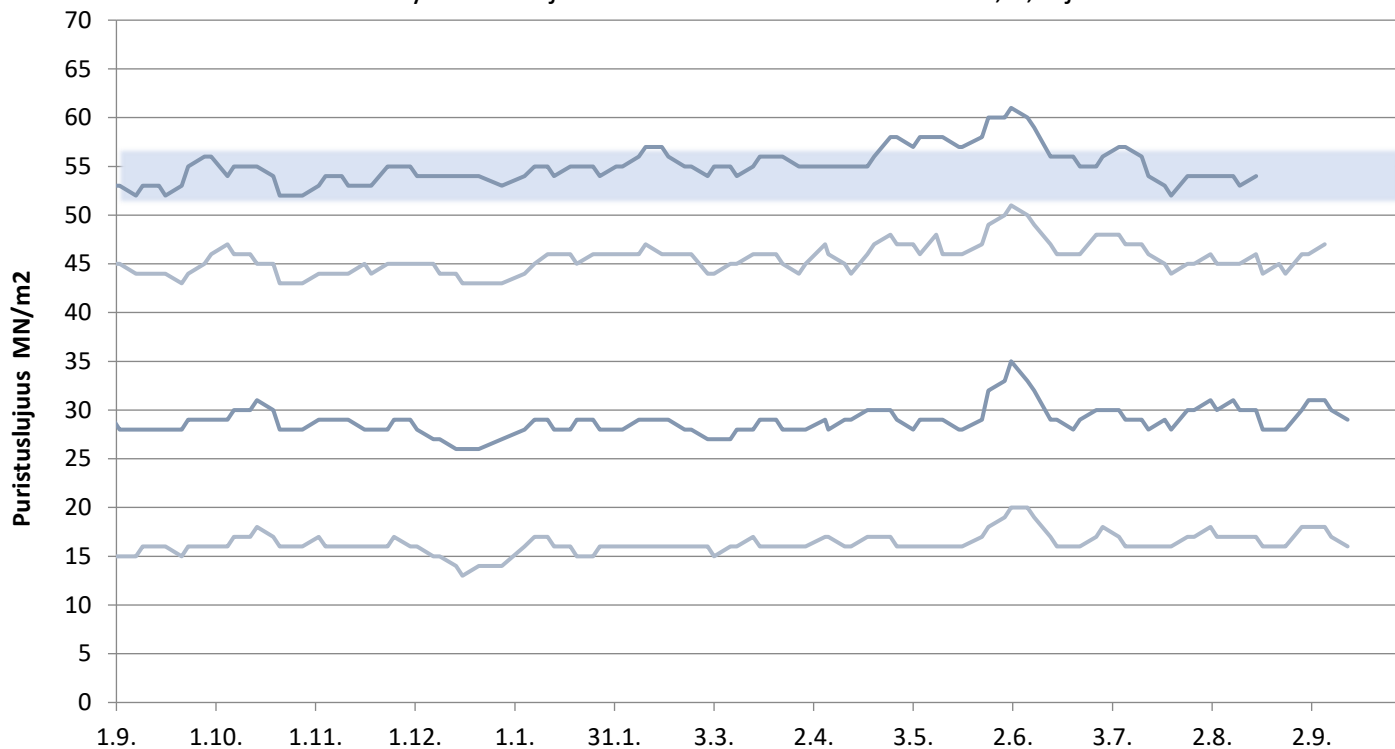


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

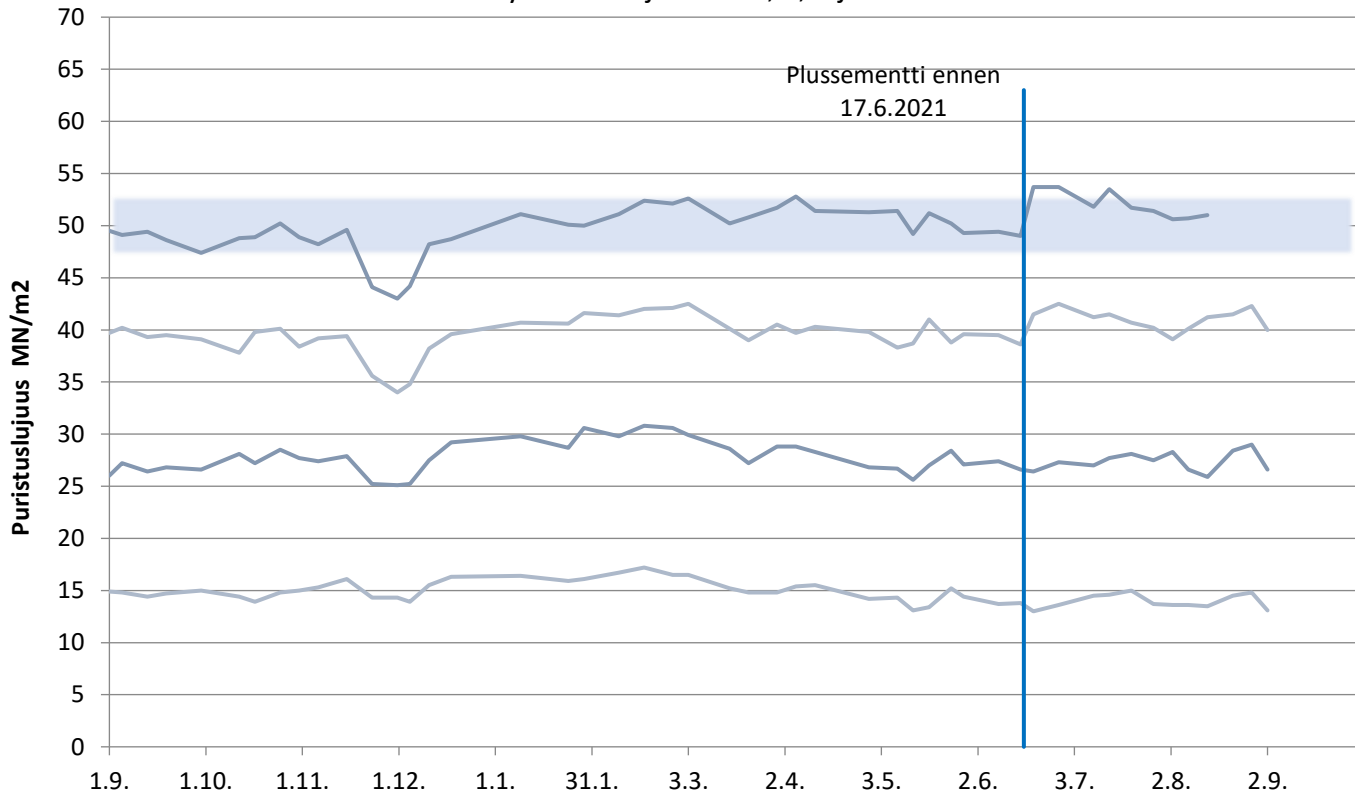


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

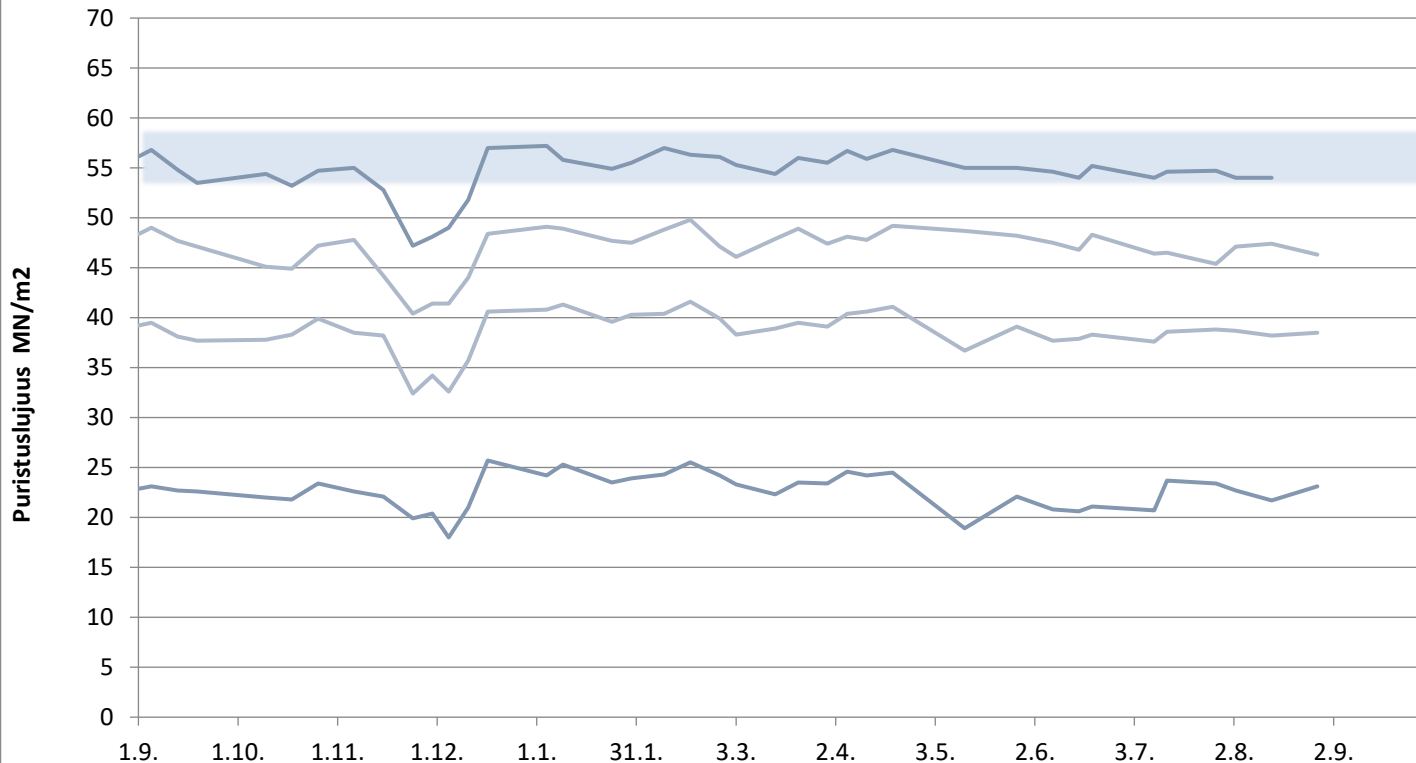


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

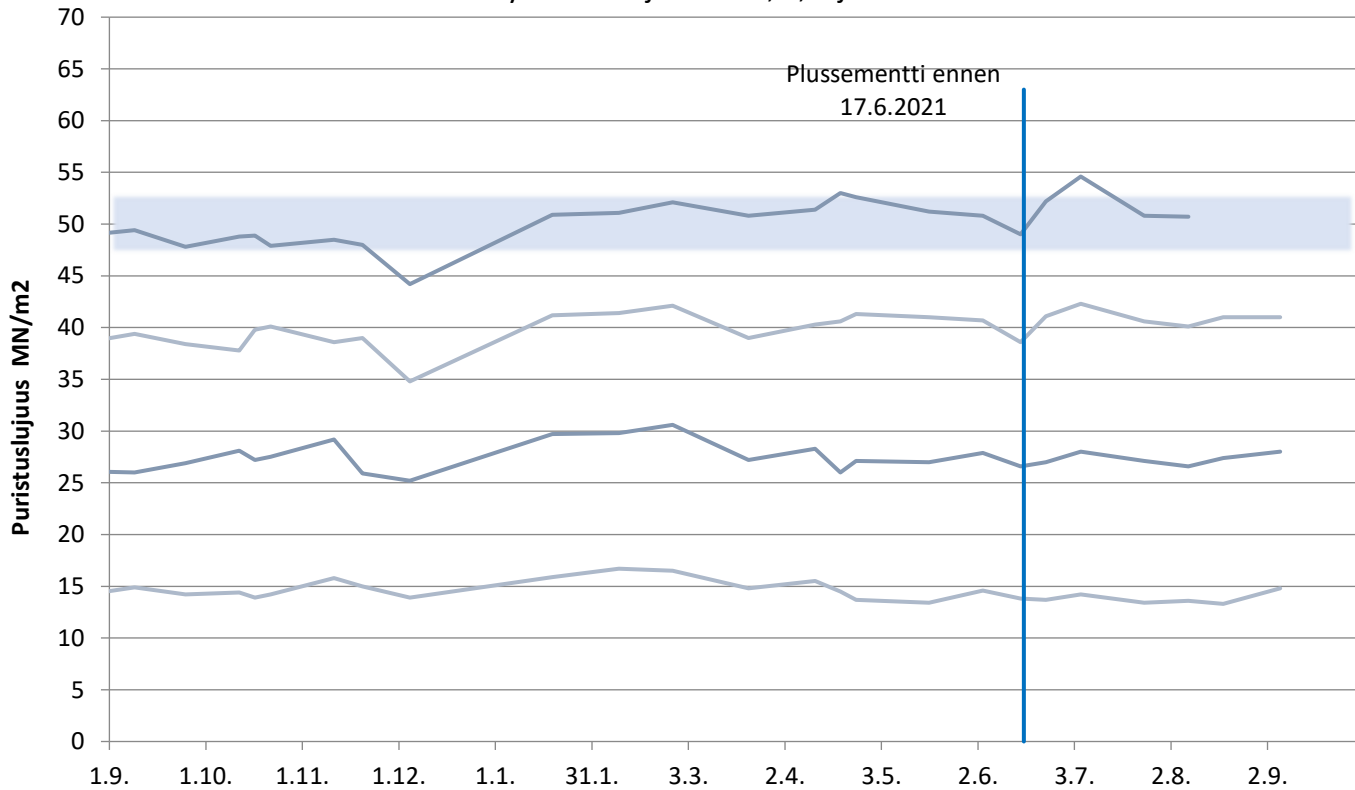


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

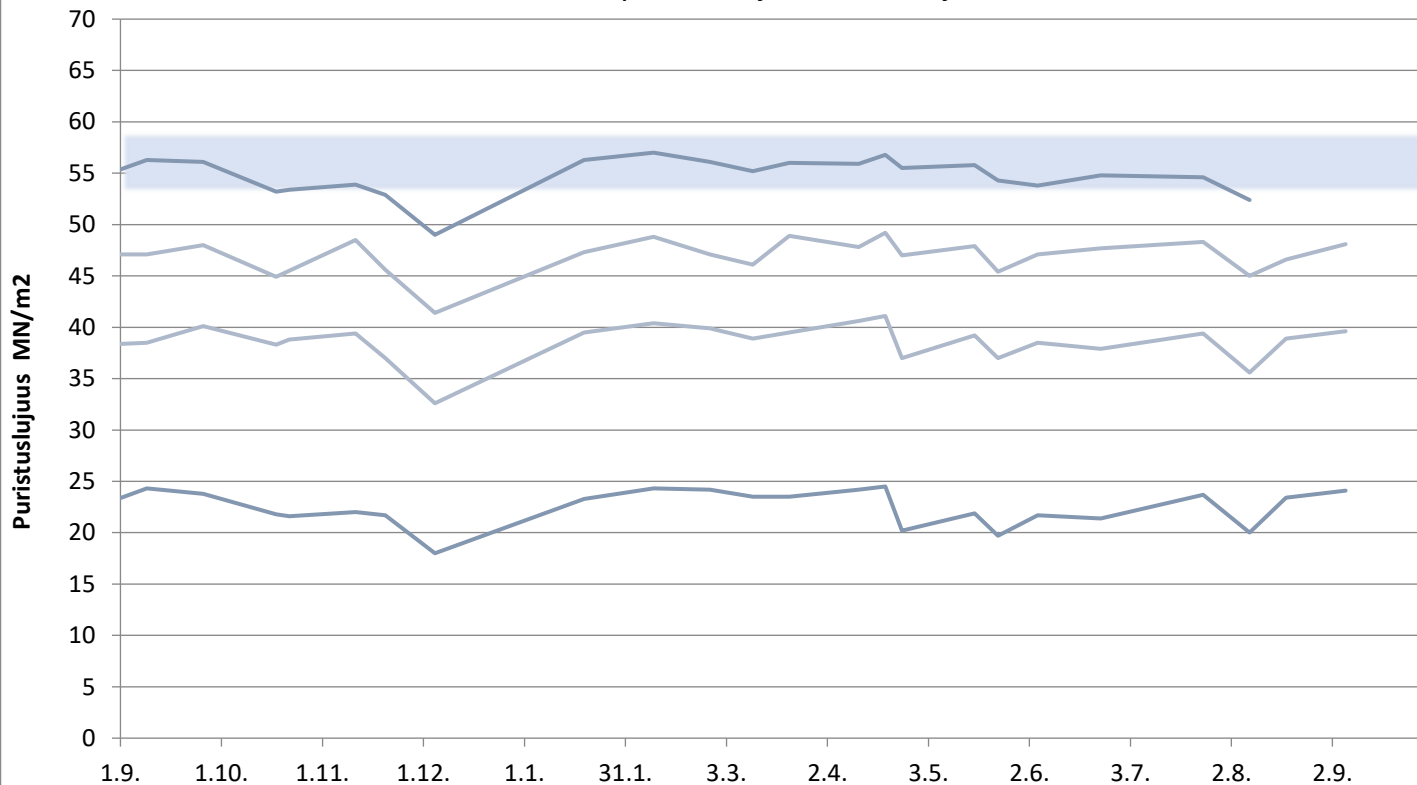


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

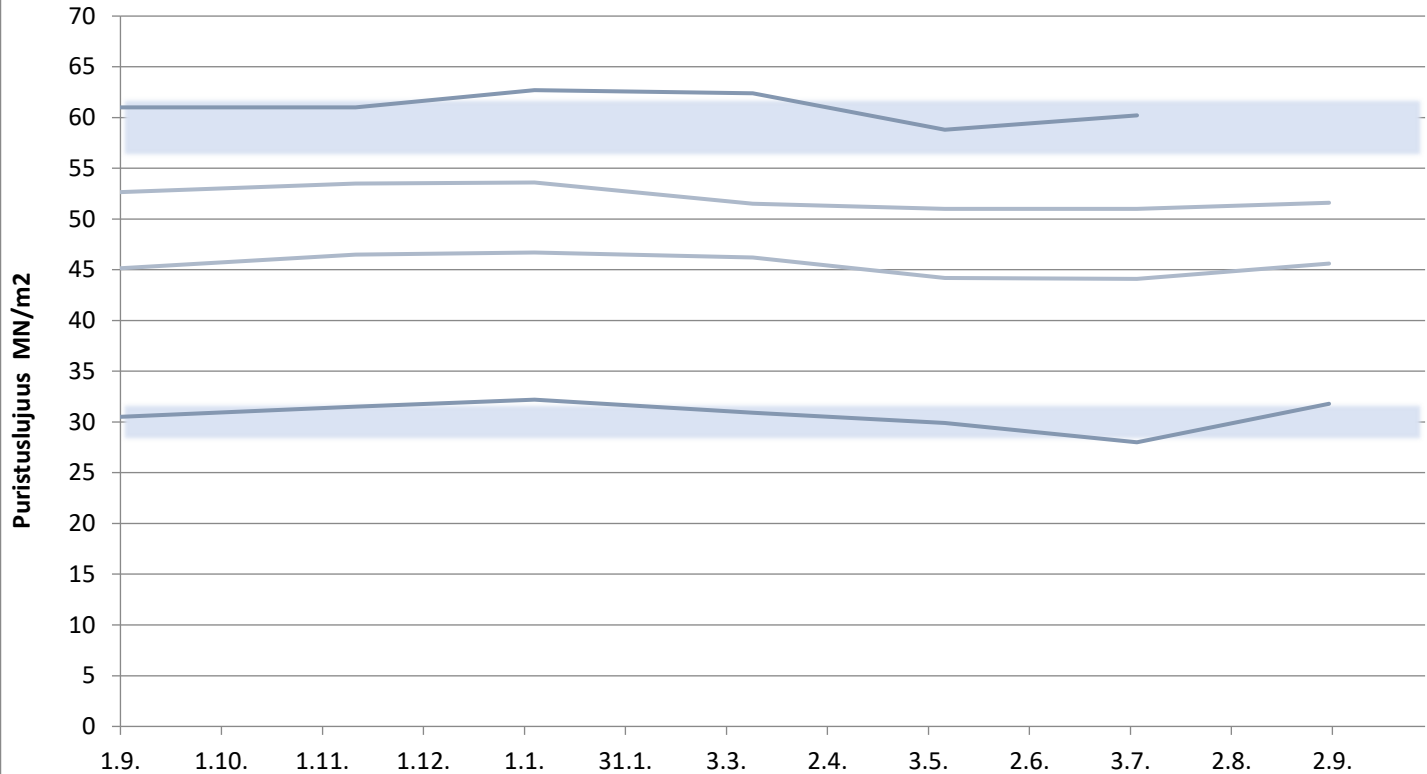

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

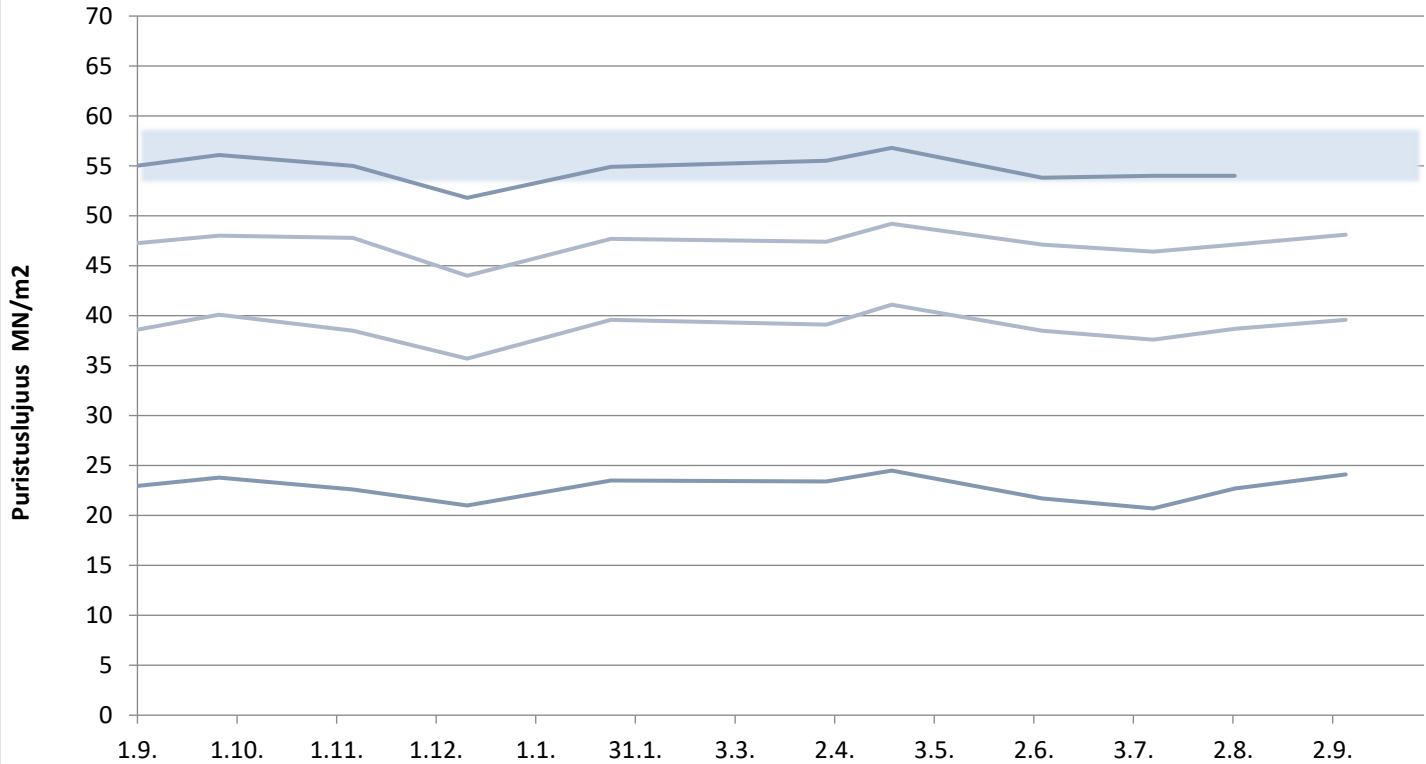

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 16.9.2021

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

