

Laatuinformaatio vko 38

pvm:

23.9.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	10.09.	14	07.09.	40	13.08.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	14.09.	14	10.09.	40	17.08.	52	440	36	11	17
	17.09.	14	14.09.	40	20.08.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	10.09.	23	07.09.	46	13.08.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	14.09.	24	10.09.	46	17.08.	54	460	32	7	0
	17.09.	25	14.09.	46	20.08.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	10.09.	33	10.09.	44	13.08.	61				
CEM I 52.5 R	14.09.	33	14.09.	44	17.08.	61	560	35	4	0
	17.09.	34	17.09.	45	20.08.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	15.09.	19	14.09.	32	20.08.	51				
CEM I 42.5 R	17.09.	20	15.09.	31	23.08.	52	420	31	4	0
	20.09.	20	17.09.	32	24.08.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	06.07.	74	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	13.09.	14	08.09.	39	18.08.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	15.09.	14	13.09.	39	23.08.	51	450	32	15	12
	20.09.	13	15.09.	38	25.08.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	13.09.	22	06.09.	52	16.08.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	15.09.	22	08.09.	51	18.08.	62	490	31	8	0
	20.09.	22	13.09.	51	23.08.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	13.09.	31	13.09.	44	18.08.	65				
CEM I 52.5 R	15.09.	31	15.09.	44	23.08.	65	560	30	4	0
	20.09.	30	20.09.	43	25.08.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	08.09.	30	06.09.	47	16.08.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	13.09.	29	08.09.	45	18.08.	52	360	23	4	0
	15.09.	28	13.09.	44	23.08.	52				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
30.08.	49 %	12.08.	76 %
02.09.	48 %	16.08.	77 %
06.09.	49 %	19.08.	79 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

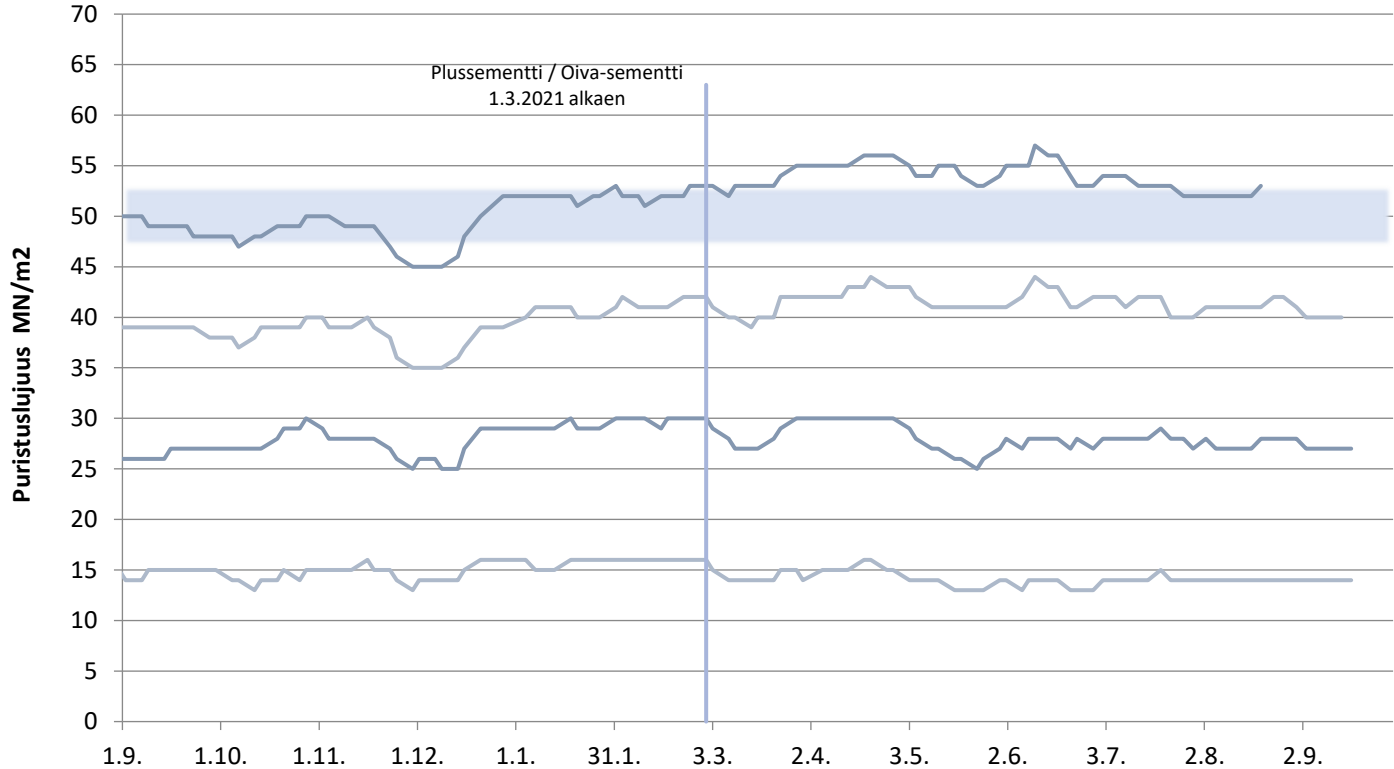


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

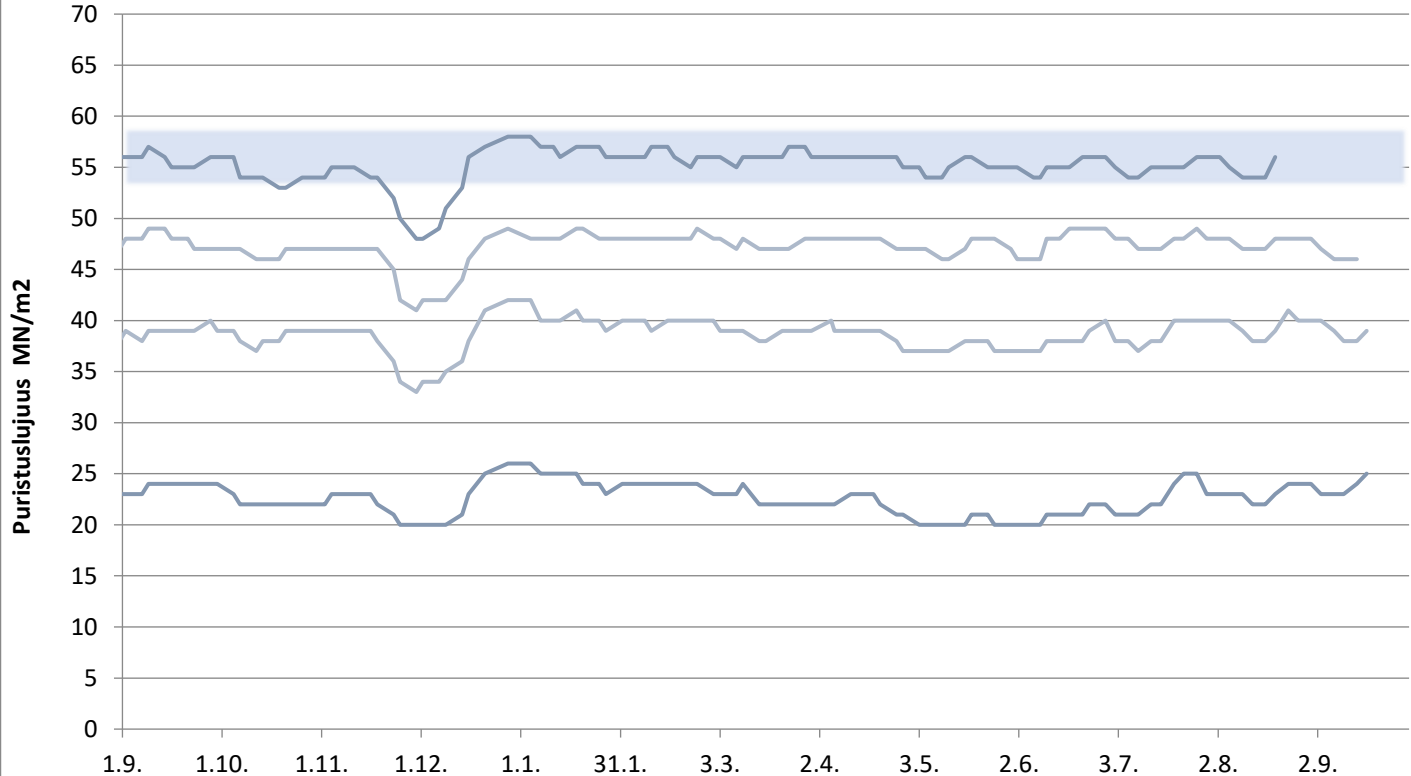


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

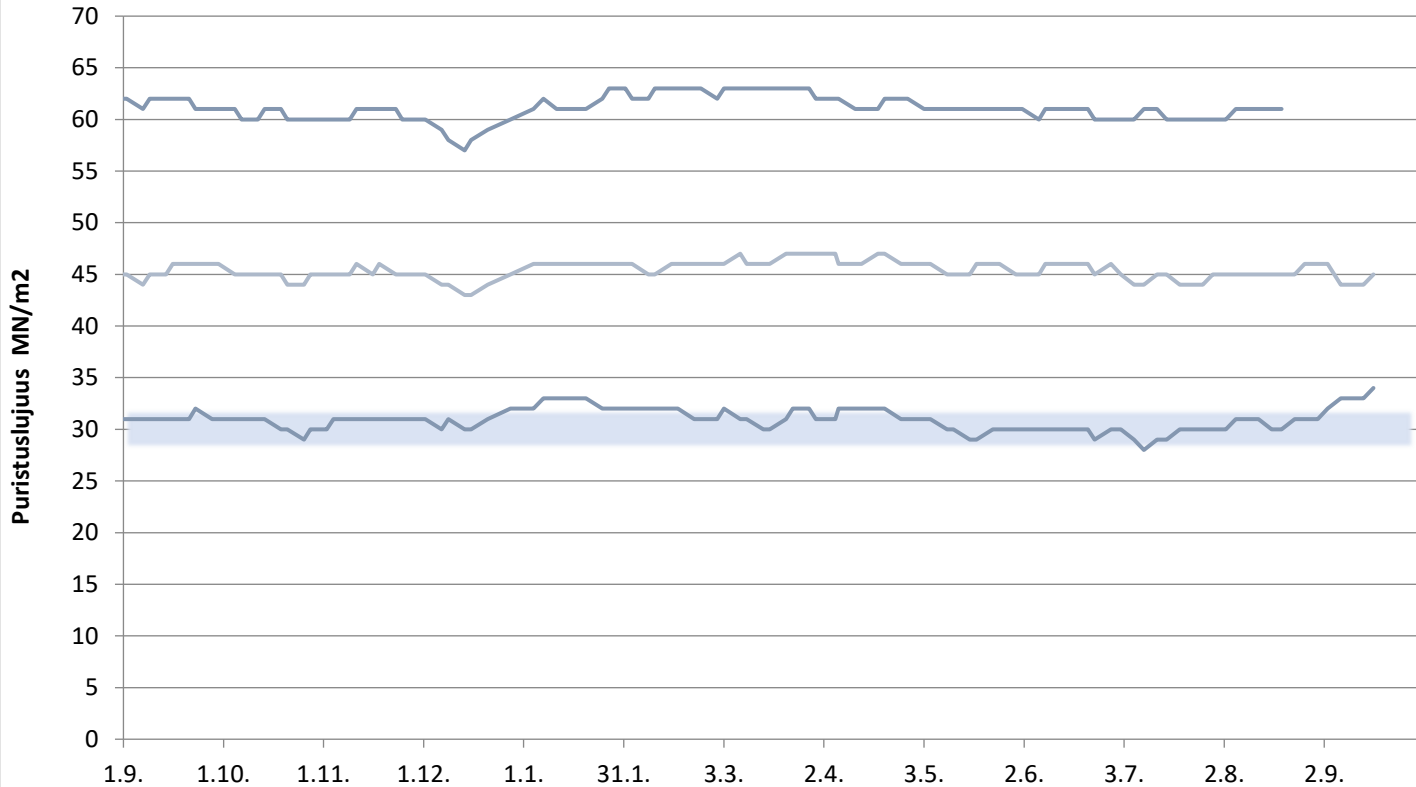


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

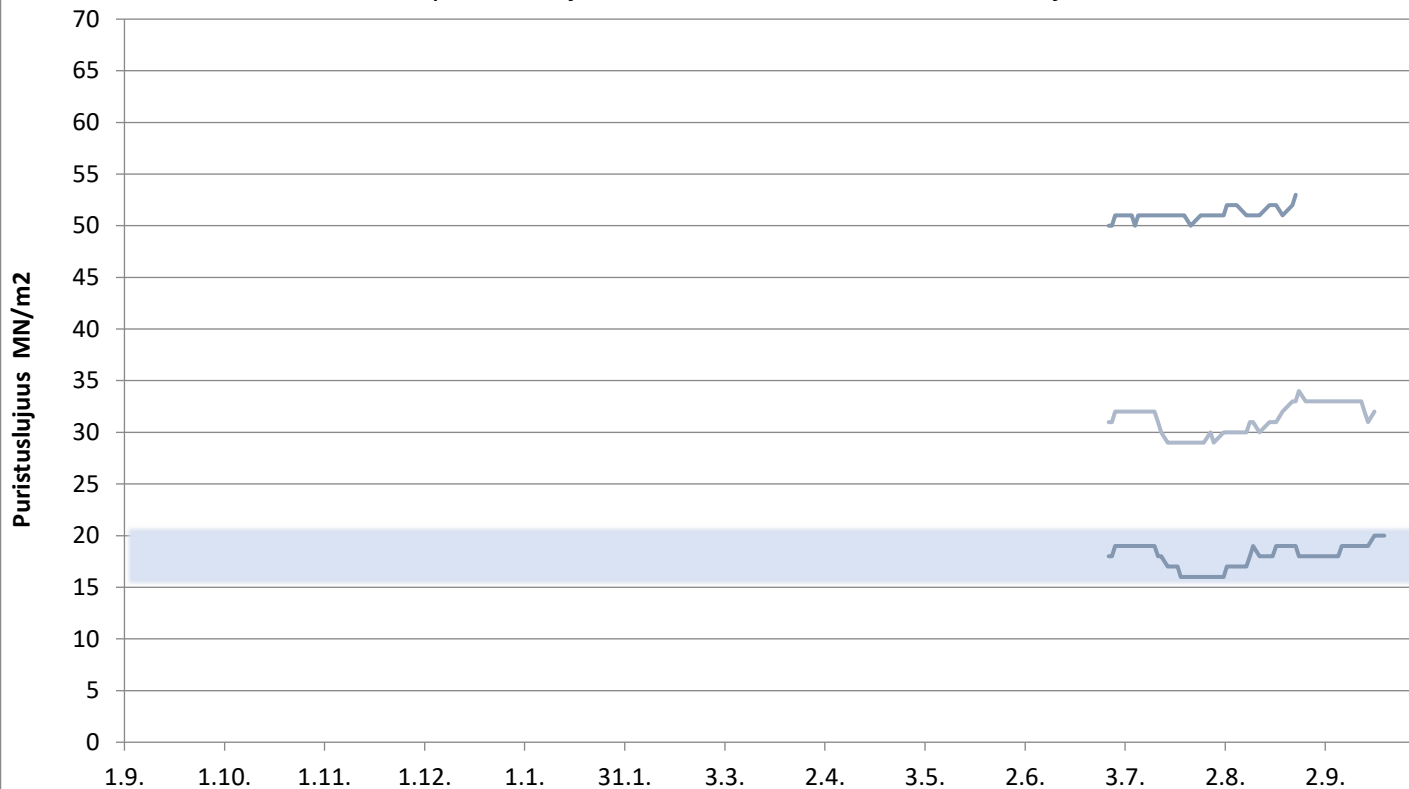


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

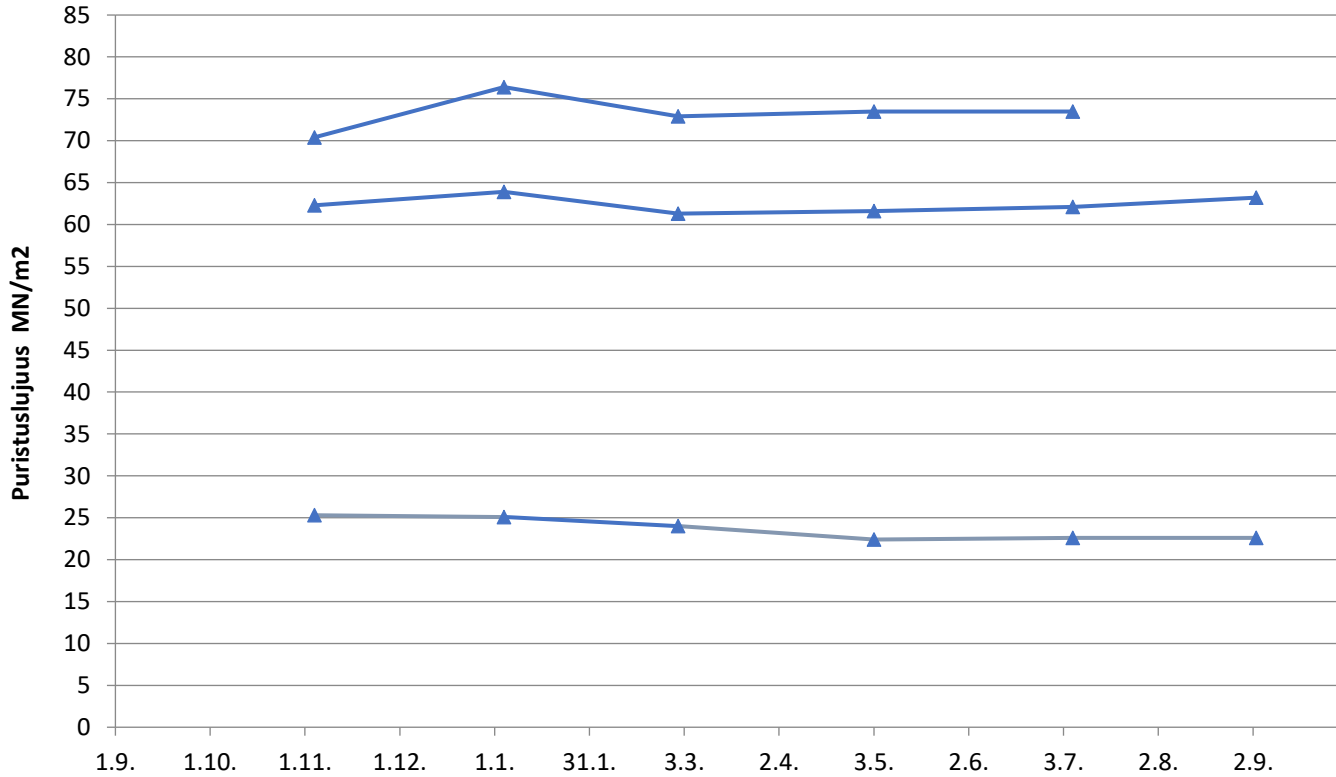

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

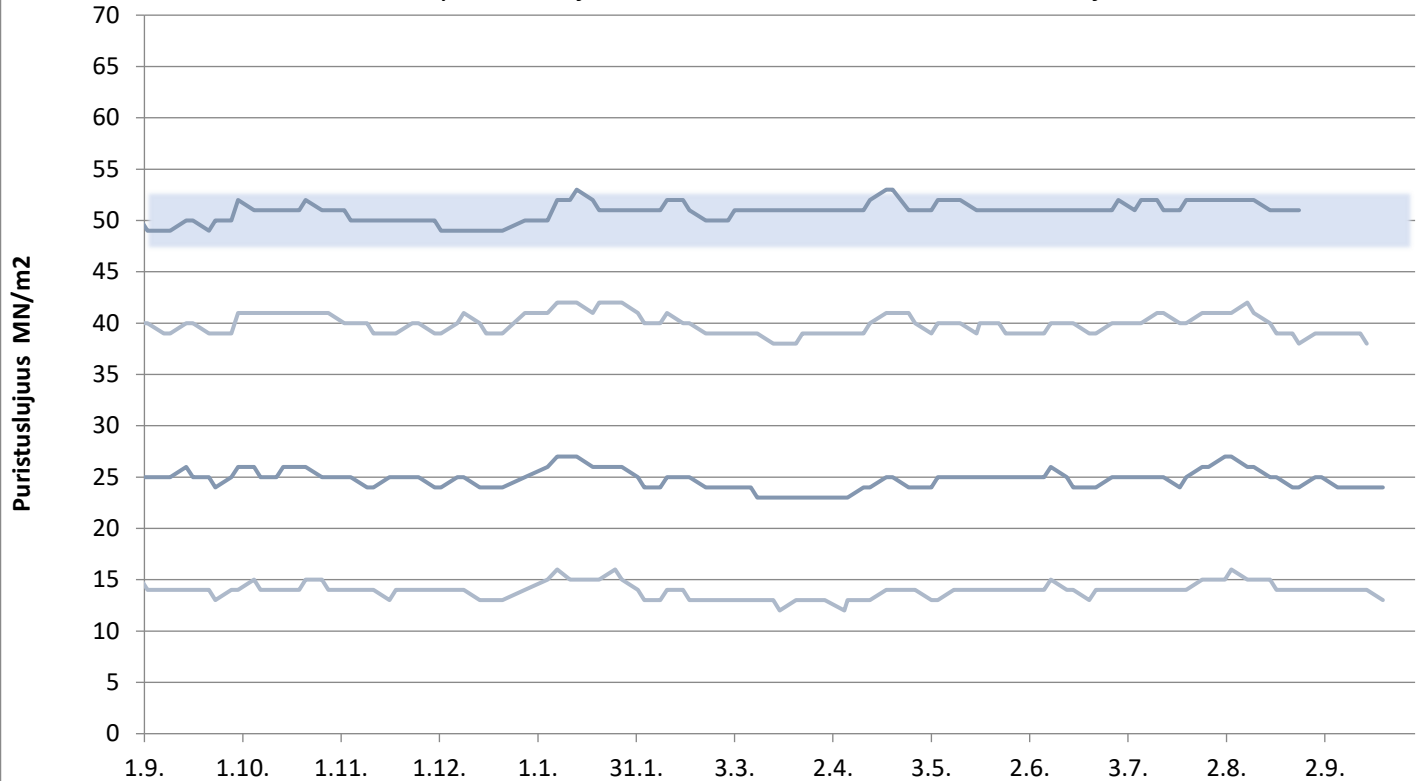

päivitetty 23.9.2021


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

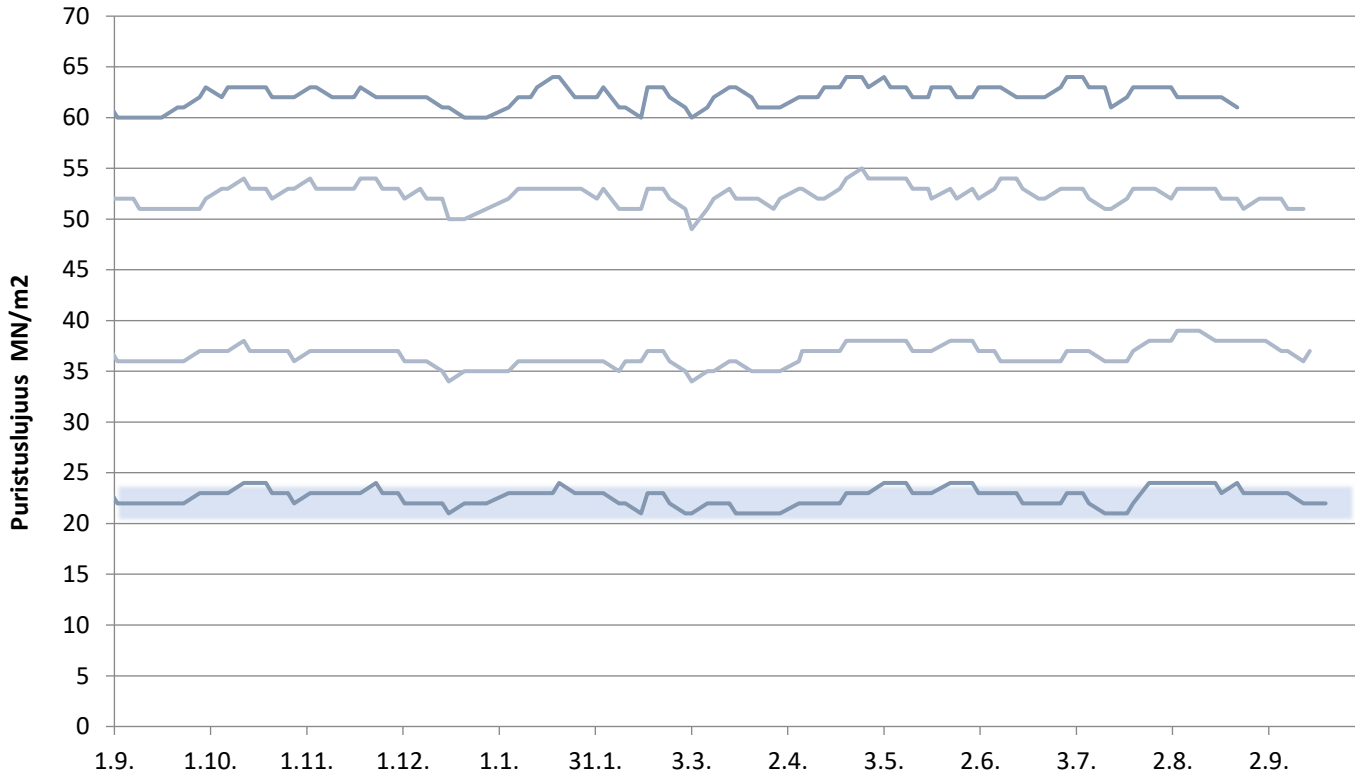


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

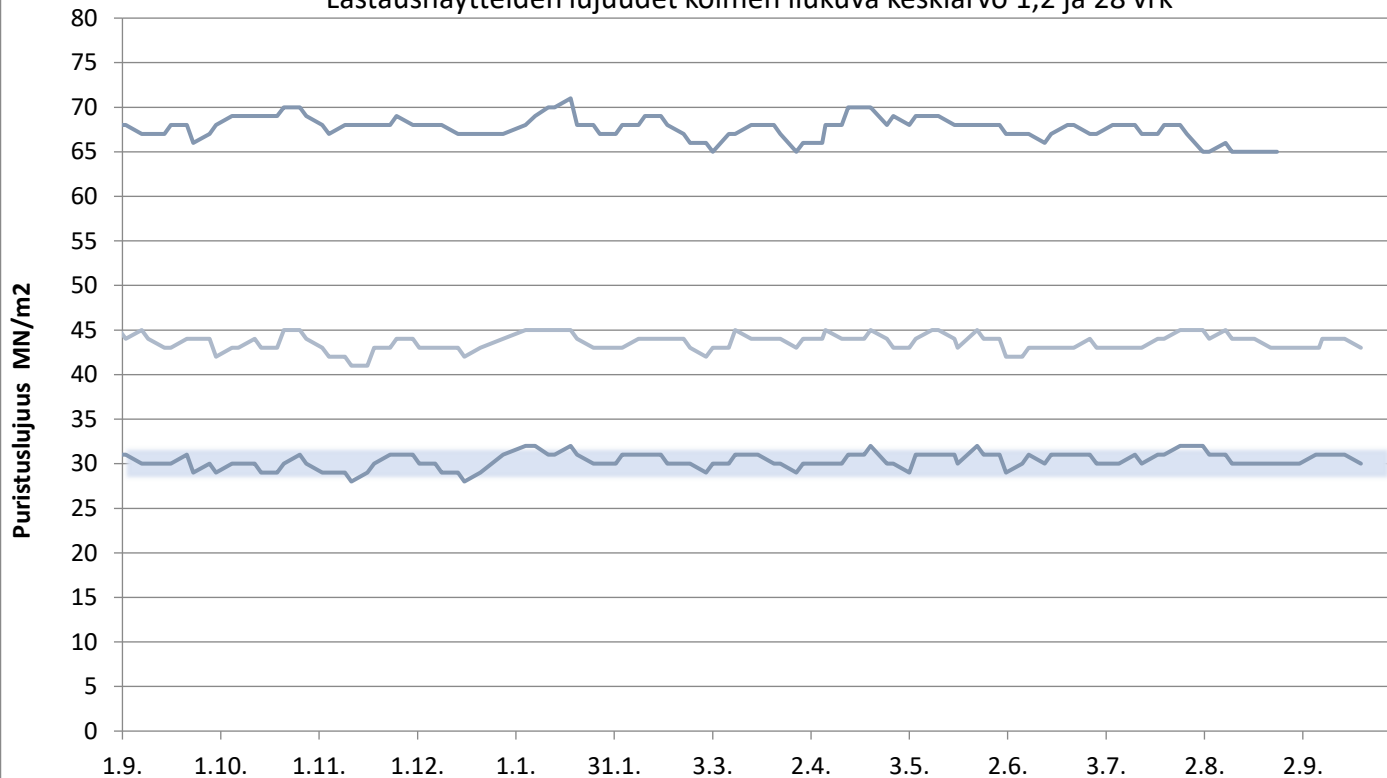


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

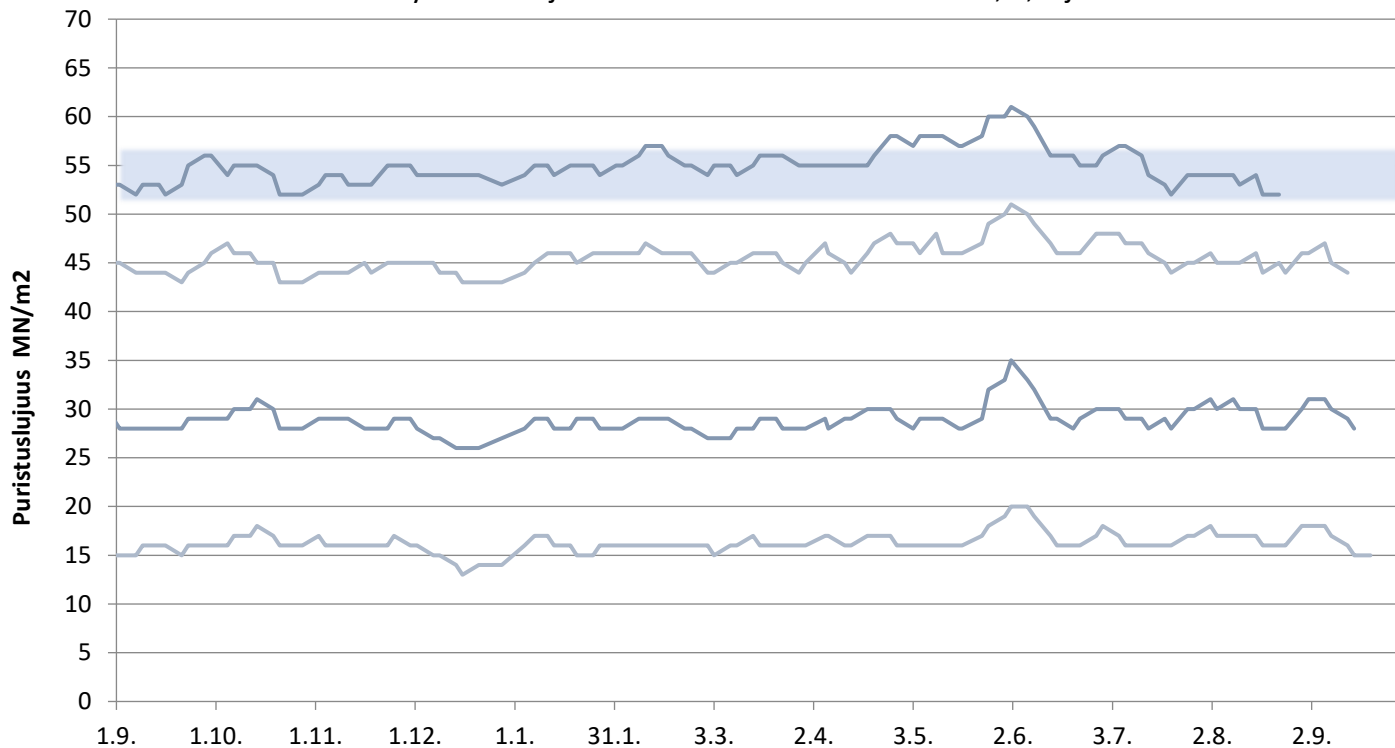


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

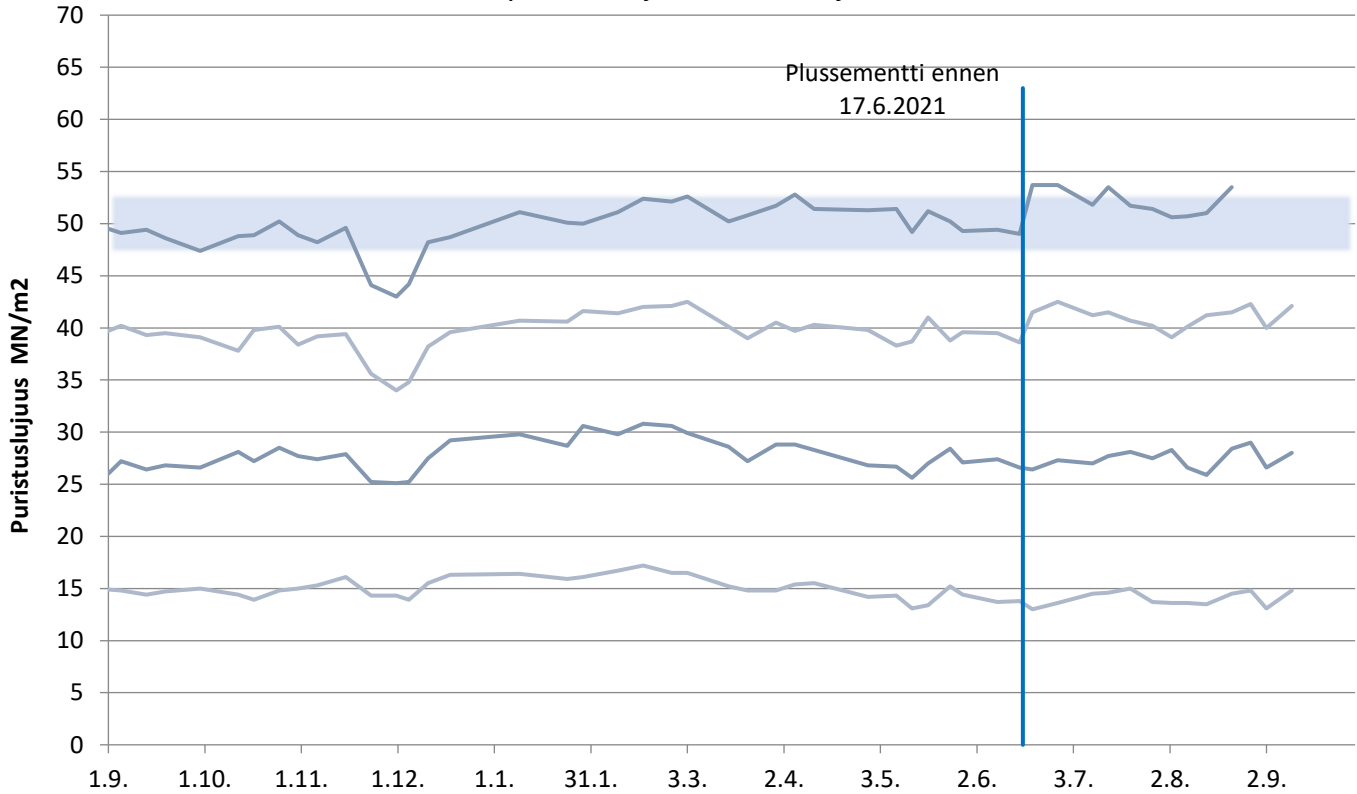


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

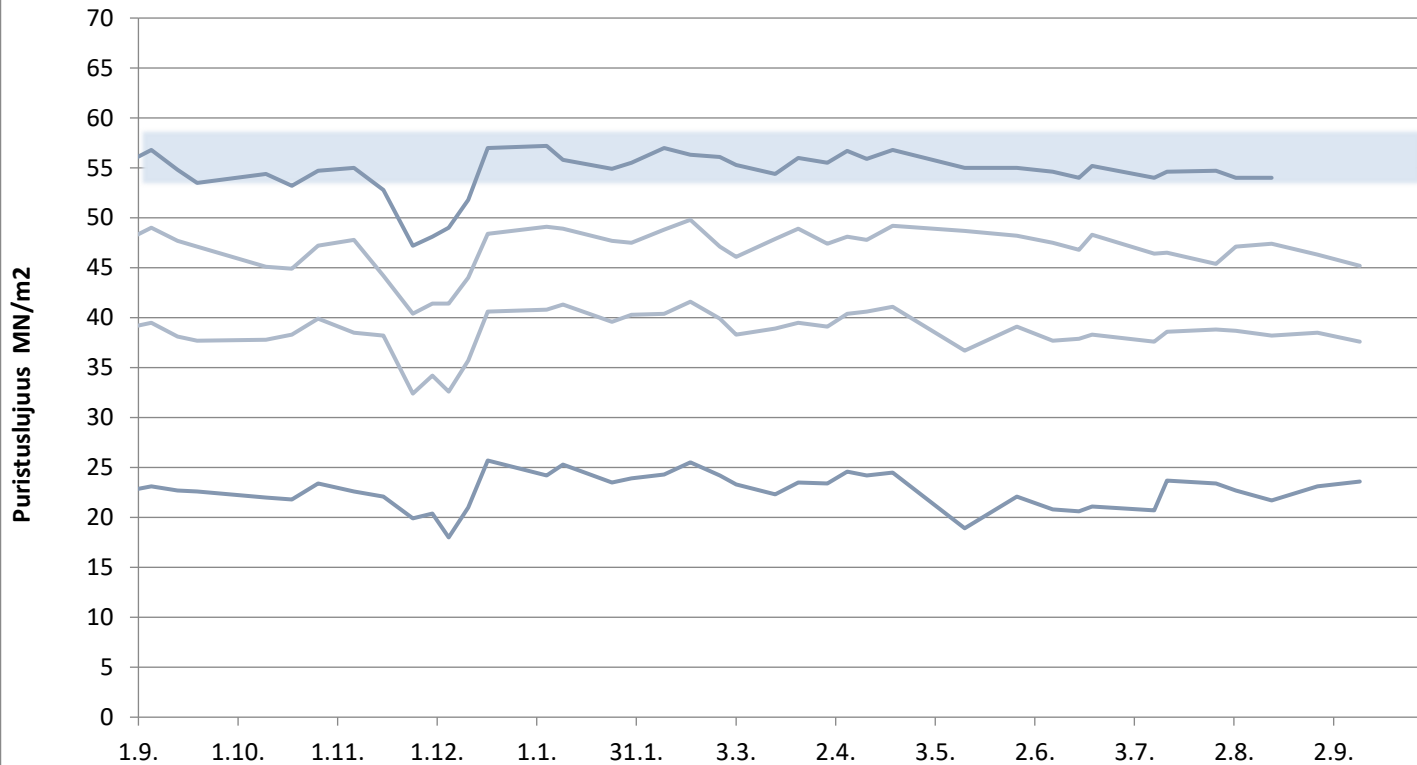


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

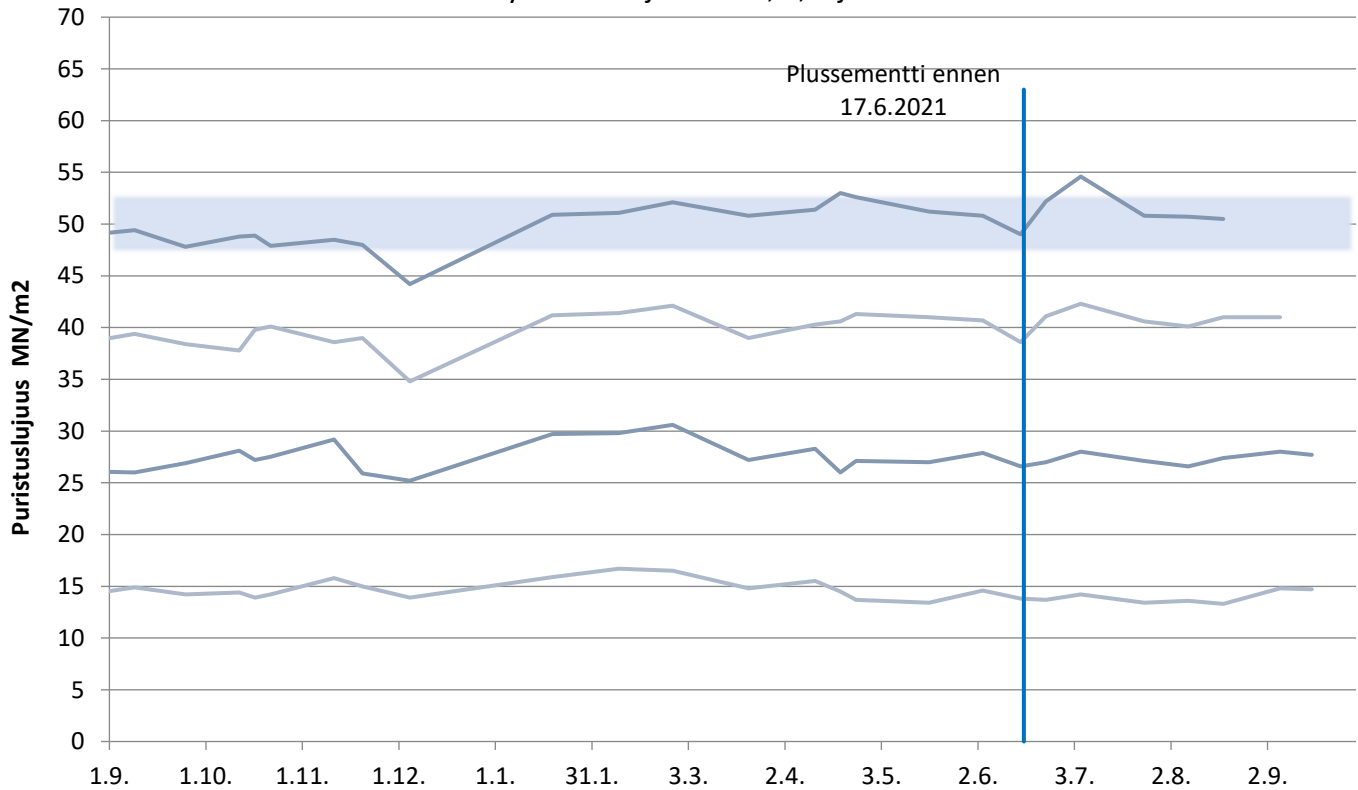

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

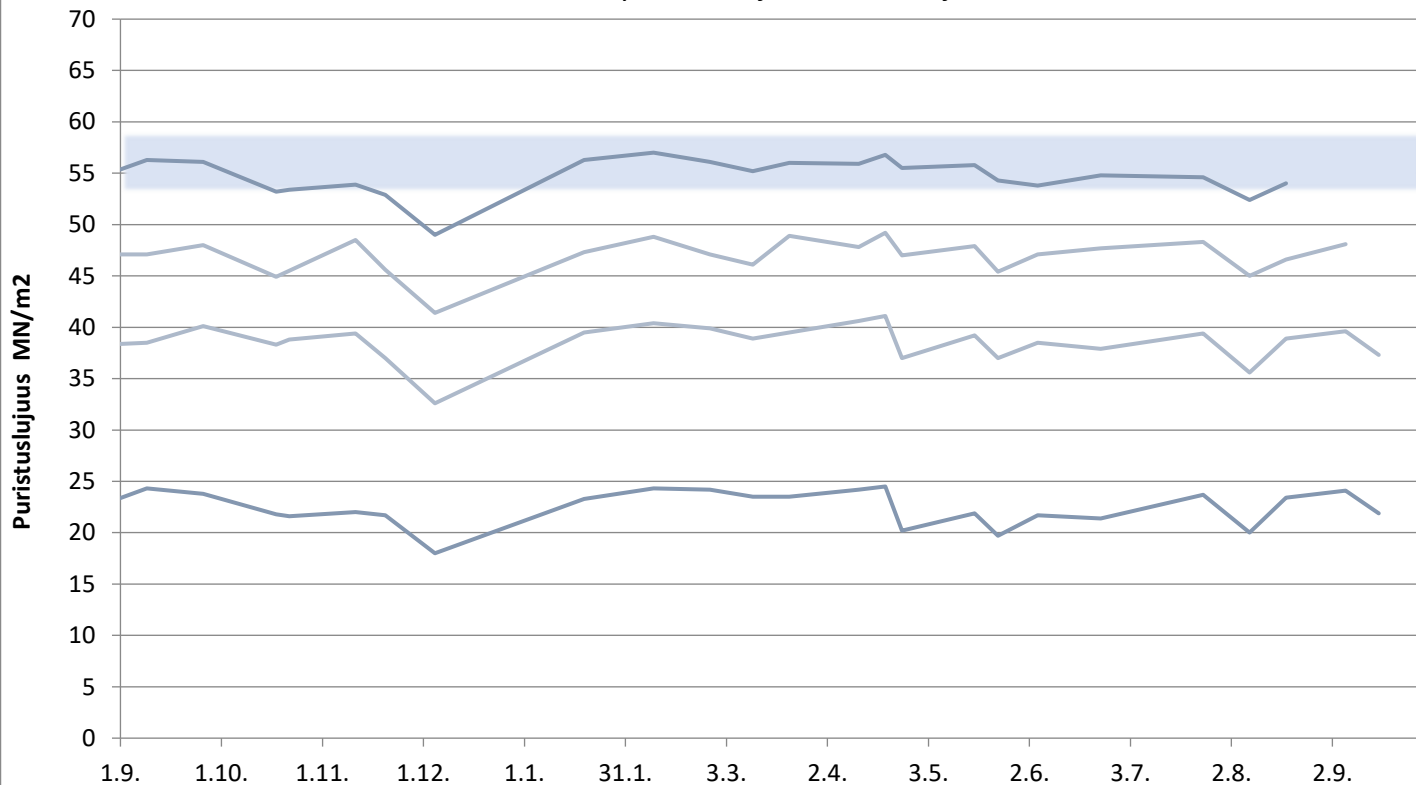


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 23.9.2021


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

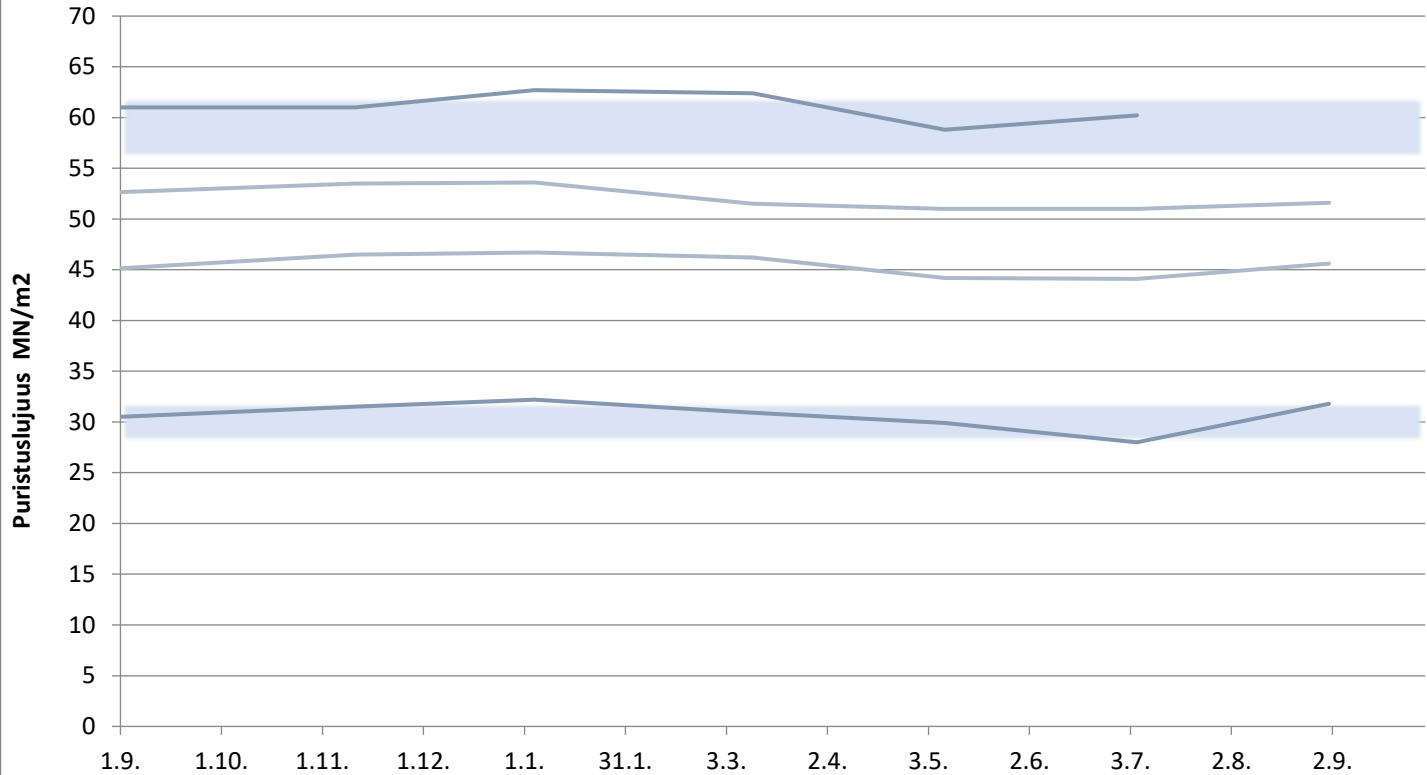

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

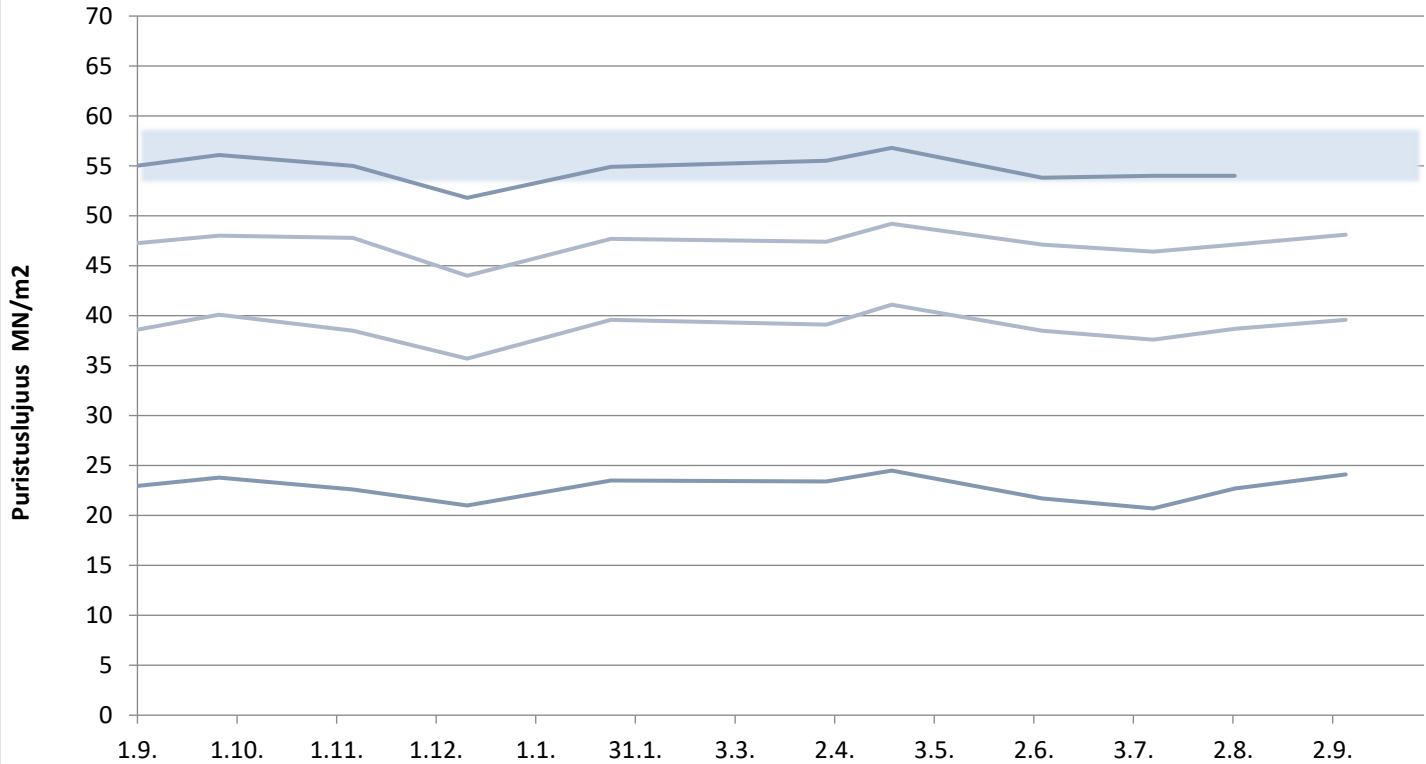

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 23.9.2021

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

