

Laatuinformaatio vko 42

pvm:

21.10.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI

A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	08.10.	14	05.10.	39	10.09.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	12.10.	14	08.10.	39	14.09.	53	440	35	11	17
	15.10.	14	12.10.	39	17.09.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	08.10.	23	05.10.	47	10.09.	54				
CEM II/A-LL 42.5 R	12.10.	23	08.10.	46	14.09.	53	450	33	7	0
	15.10.	23	12.10.	46	17.09.	53				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	08.10.	33	08.10.	44	10.09.	61				
CEM I 52.5 R	12.10.	33	12.10.	45	14.09.	61	560	34	4	0
	15.10.	32	15.10.	45	17.09.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	08.10.	18	08.10.	31	17.09.	51				
CEM I 42.5 R	12.10.	18	12.10.	31	20.09.	51	390	30	4	0
	15.10.	18	15.10.	30	21.09.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	06.07.	74	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	11.10.	15	06.10.	40	15.09.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	13.10.	14	11.10.	40	20.09.	51	450	33	15	12
	18.10.	15	13.10.	39	22.09.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	11.10.	21	04.10.	51	13.09.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	13.10.	21	06.10.	51	15.09.	61	470	30	8	0
	18.10.	22	11.10.	51	20.09.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	11.10.	31	11.10.	45	15.09.	66				
CEM I 52.5 R	13.10.	30	13.10.	44	20.09.	66	550	32	4	0
	18.10.	31	18.10.	44	22.09.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	06.10.	30	04.10.	44	13.09.	53				
CEM I 42.5 N - SR3	11.10.	31	06.10.	45	15.09.	53	380	23	4	0
	13.10.	31	11.10.	46	20.09.	53				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
04.10.	52 %	09.09.	78 %
08.10.	49 %	13.09.	81 %
11.10.	49 %	16.09.	80 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208


Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Arvi Hokkanen 0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

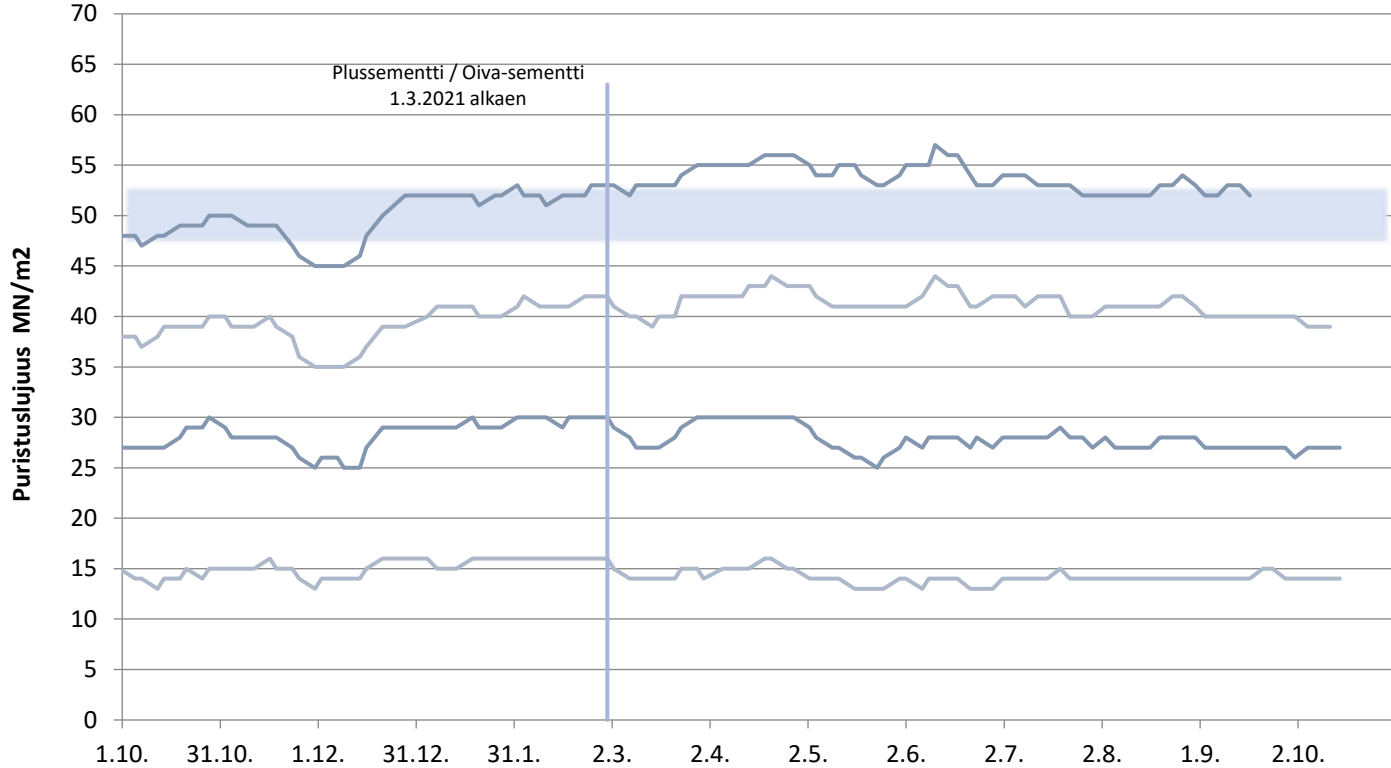


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

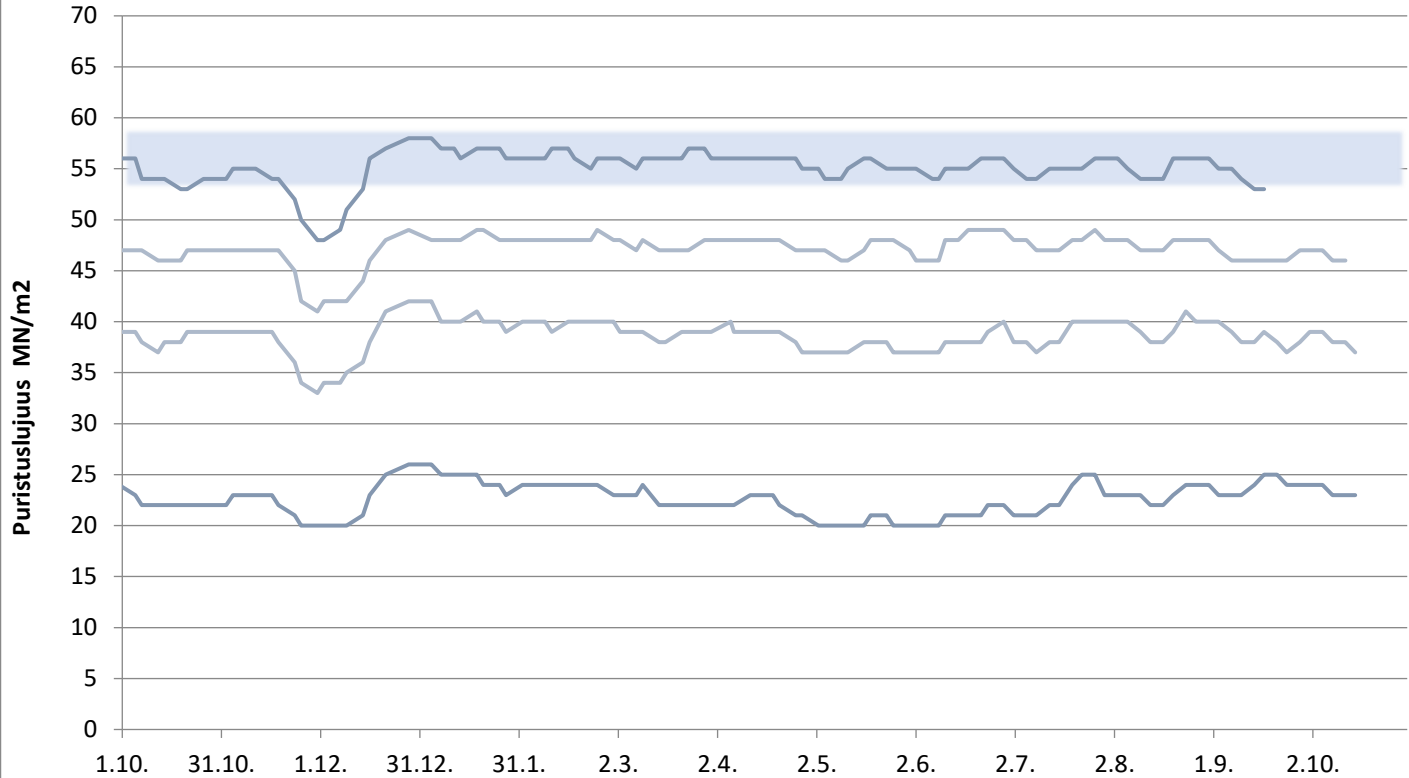


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

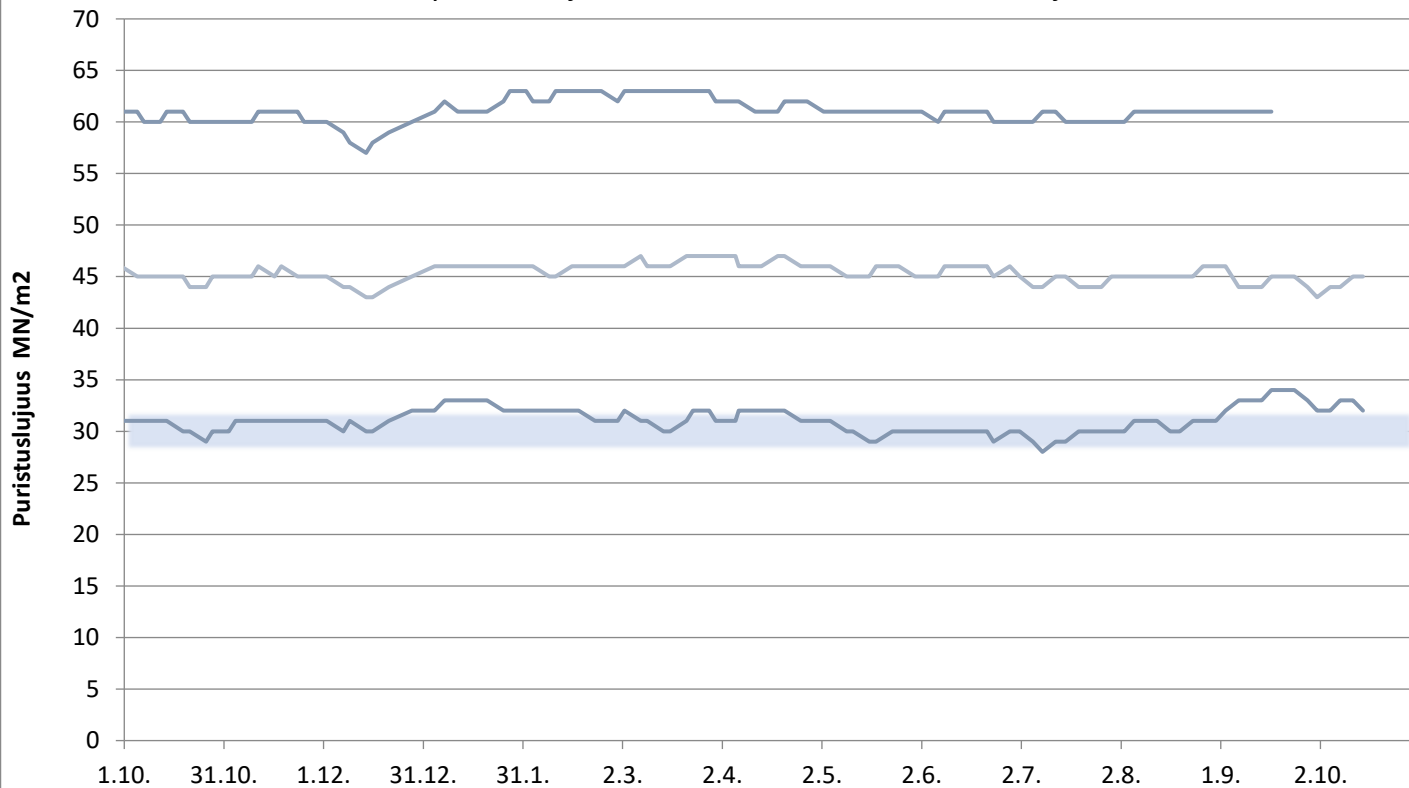


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

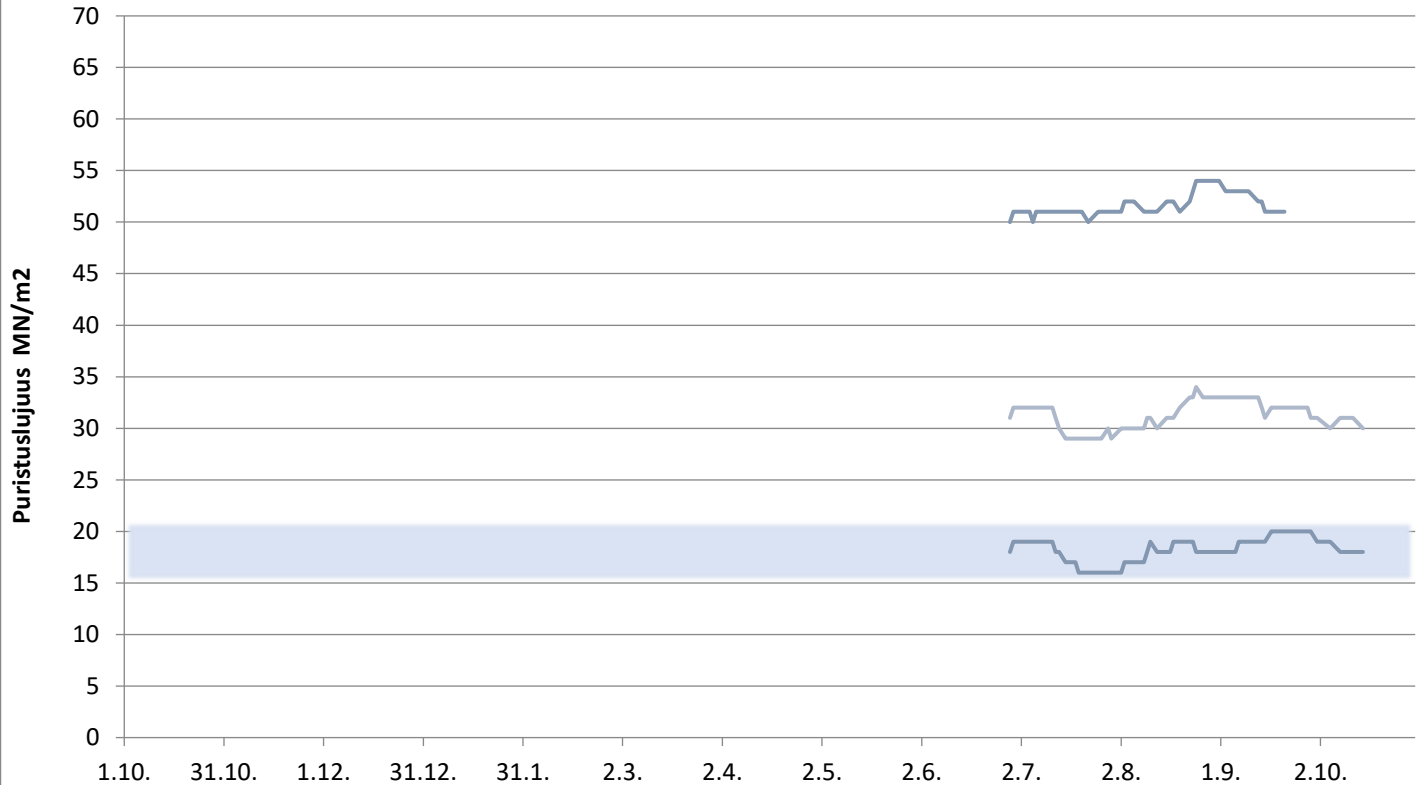


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

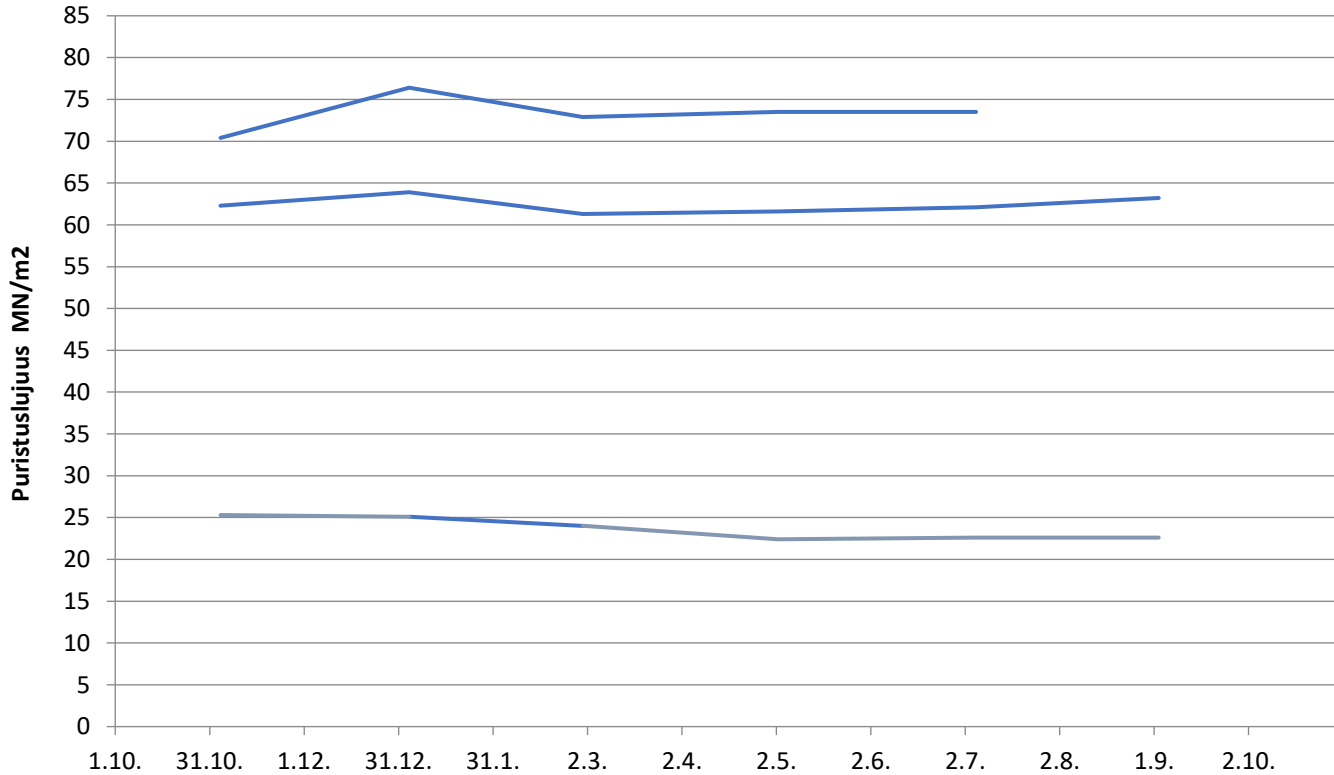

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

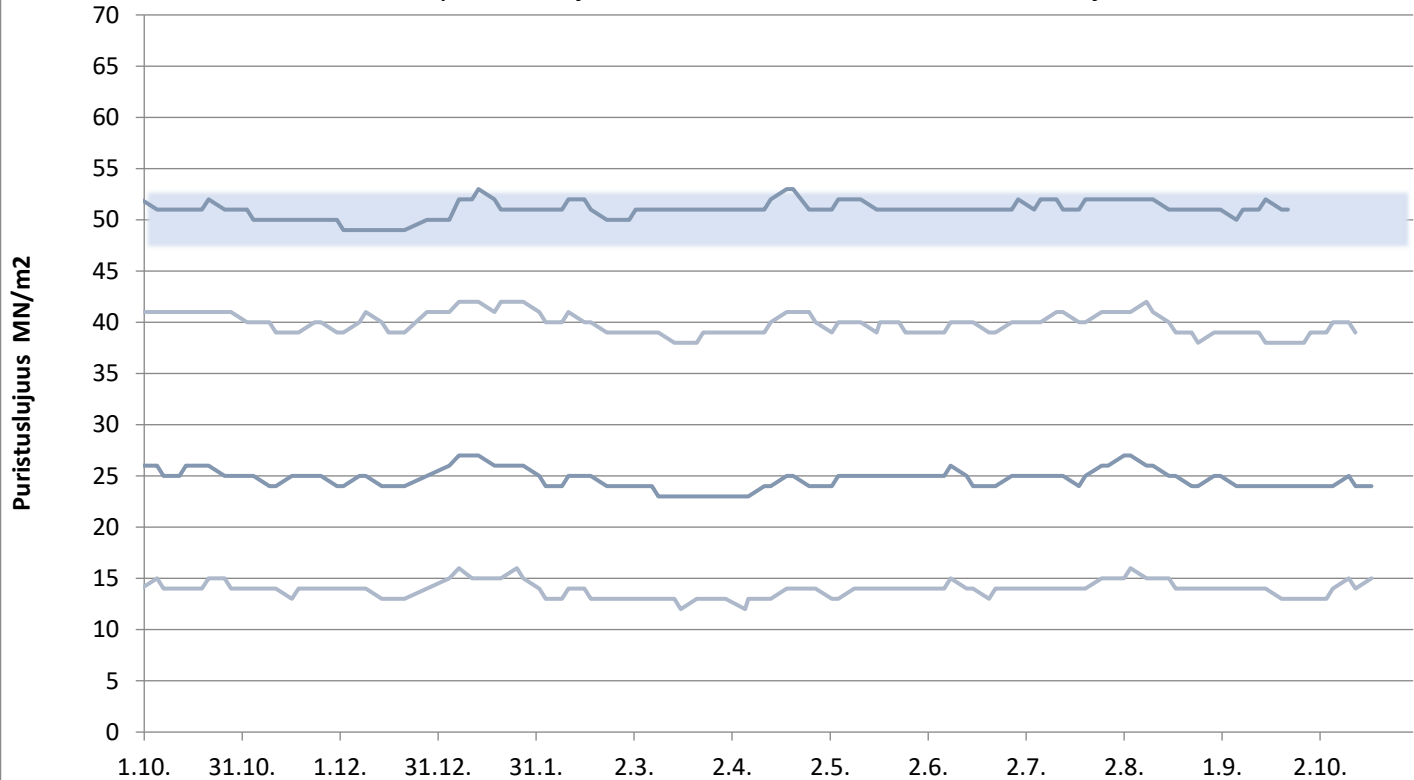

päivitetty 21.10.2021


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

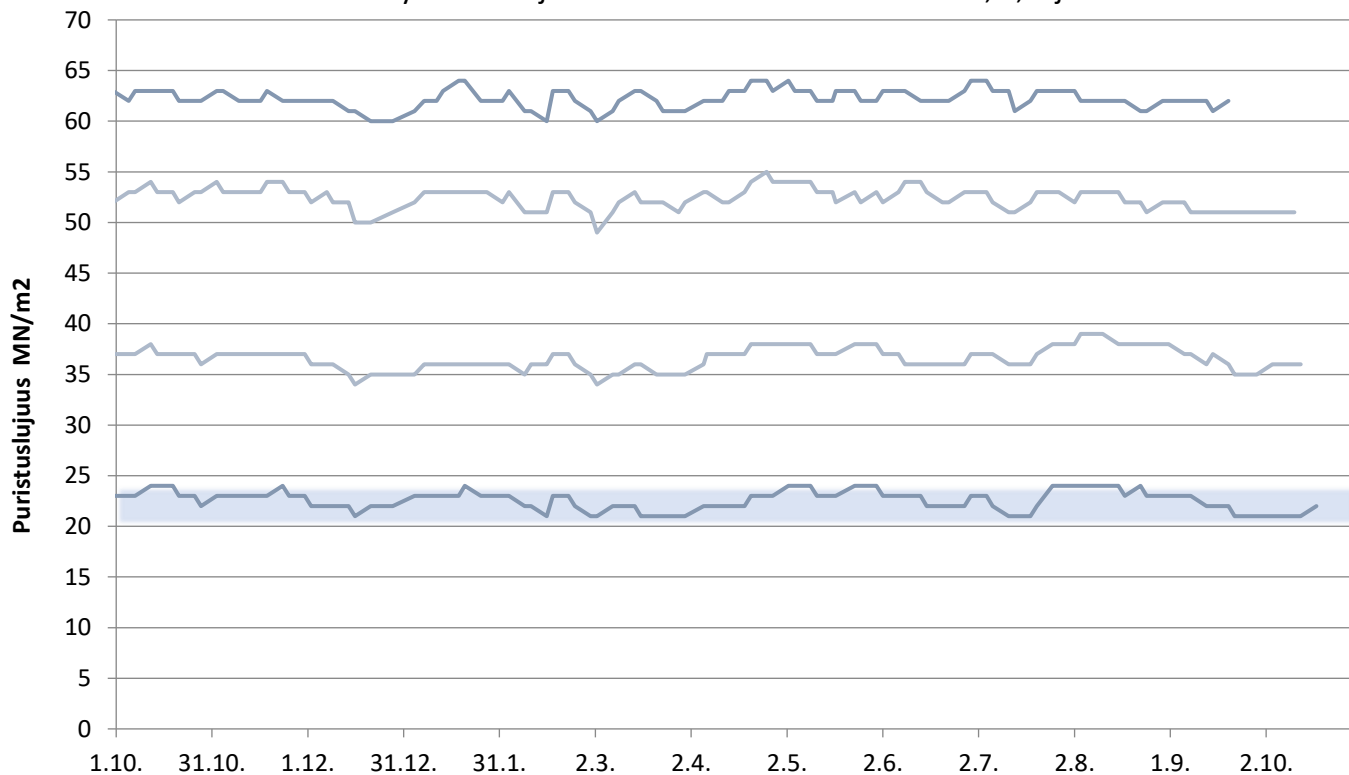

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

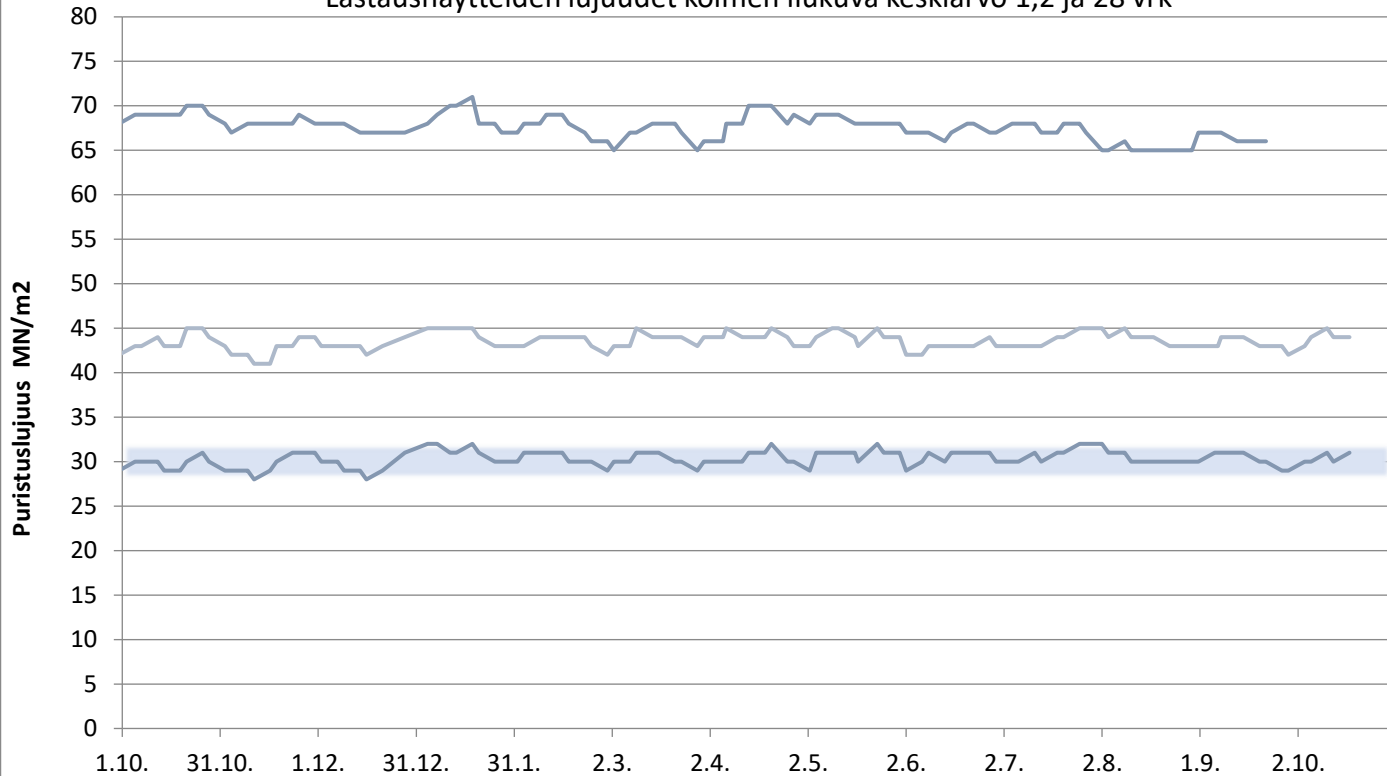


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 21.10.2021


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

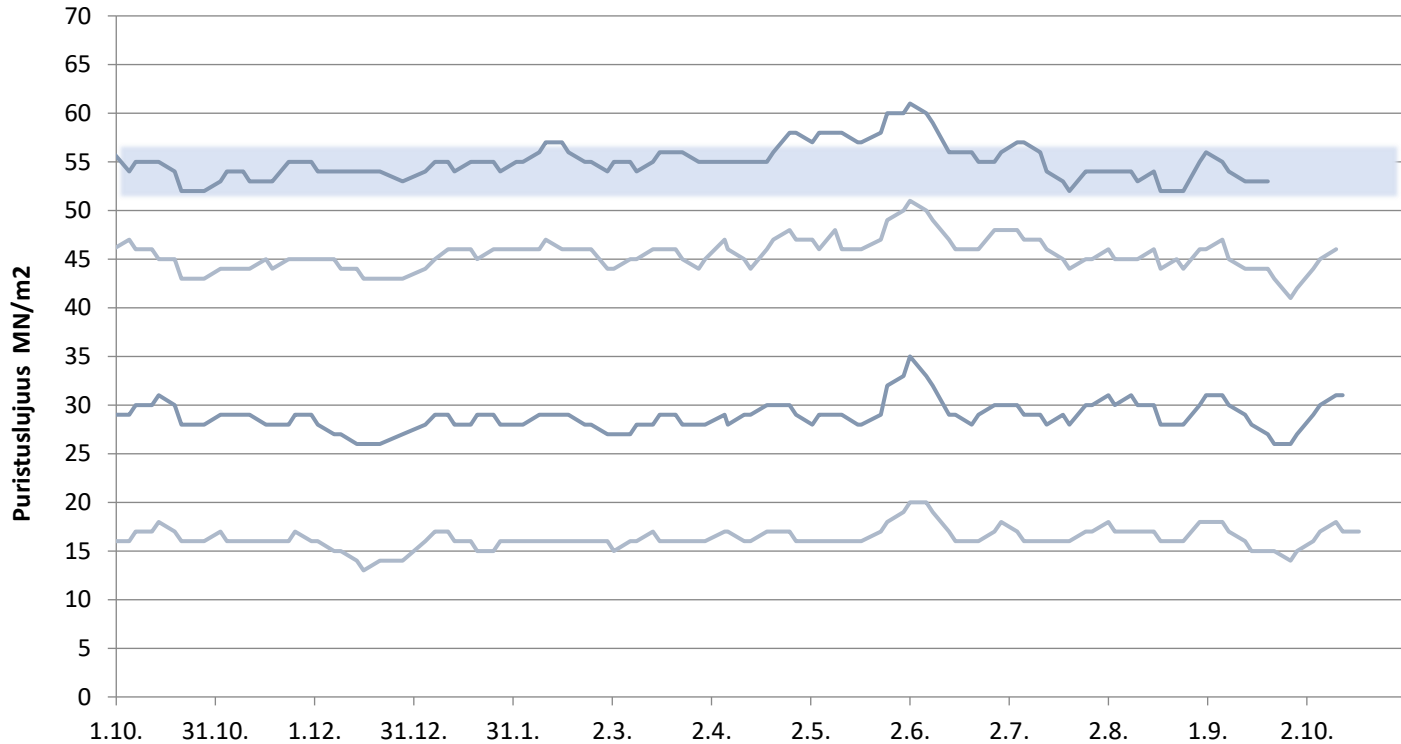


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

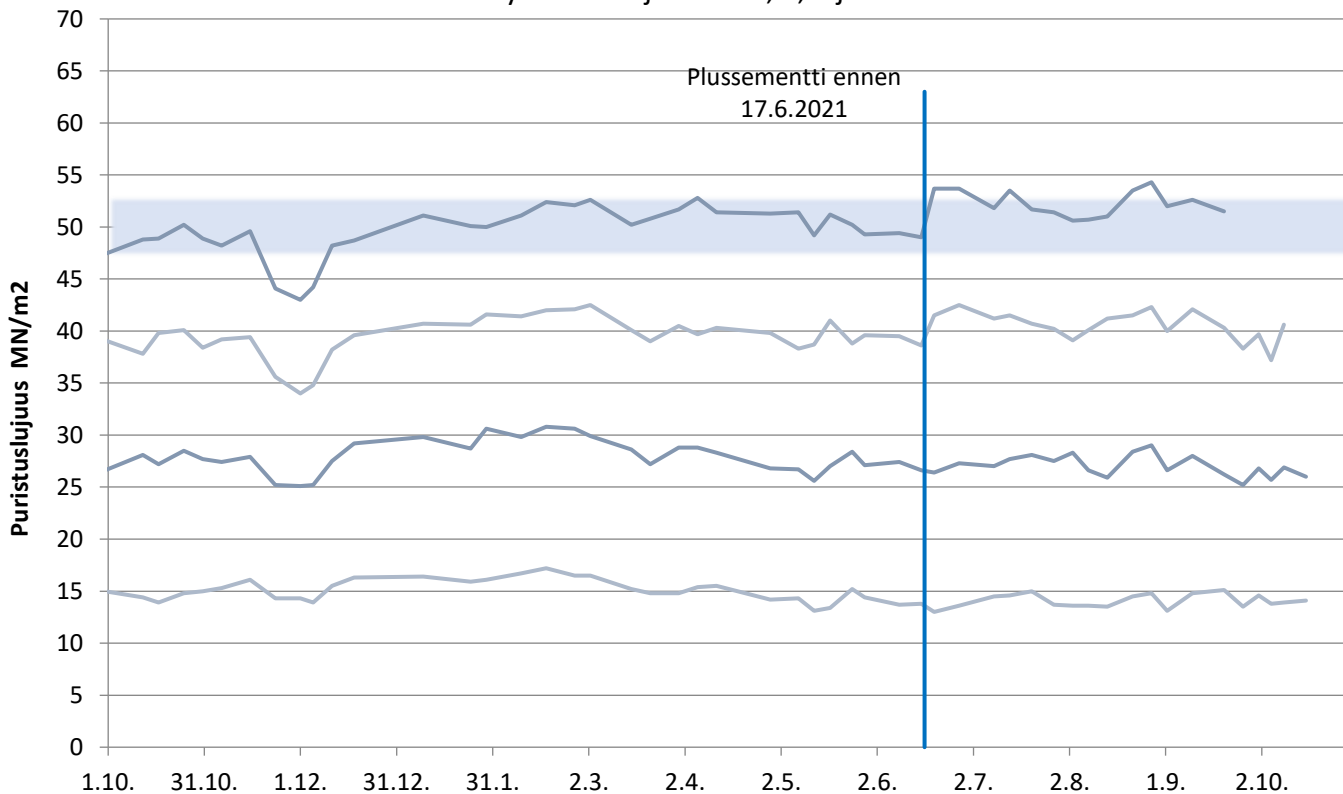


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

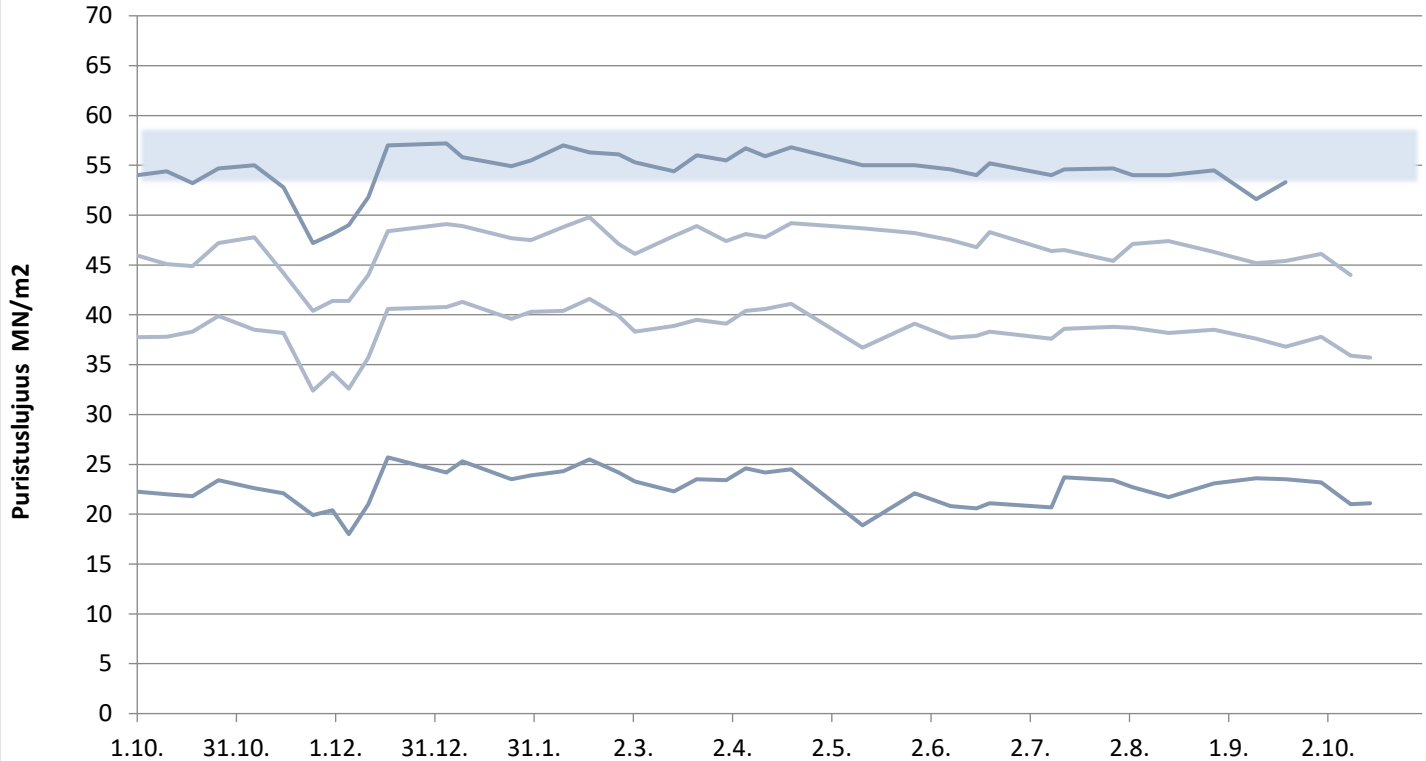


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

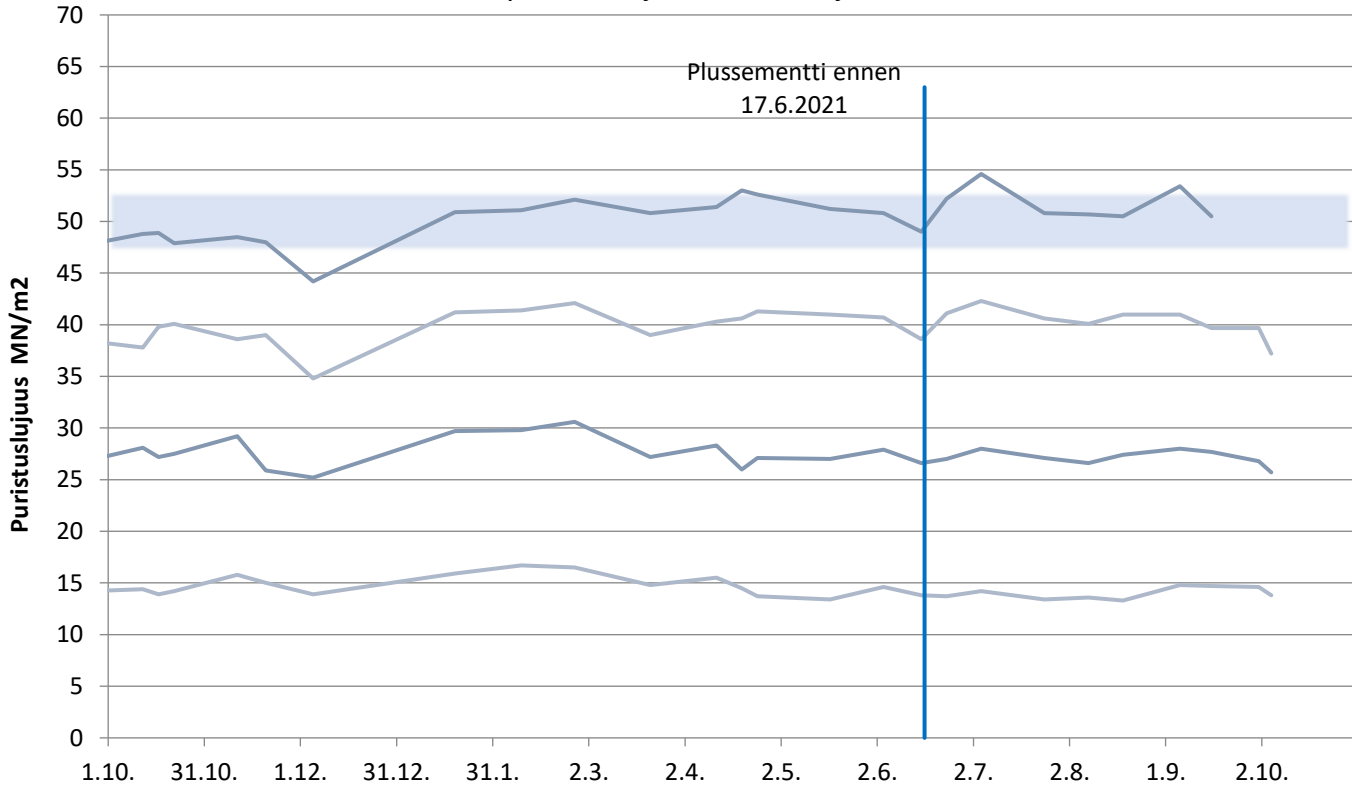


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

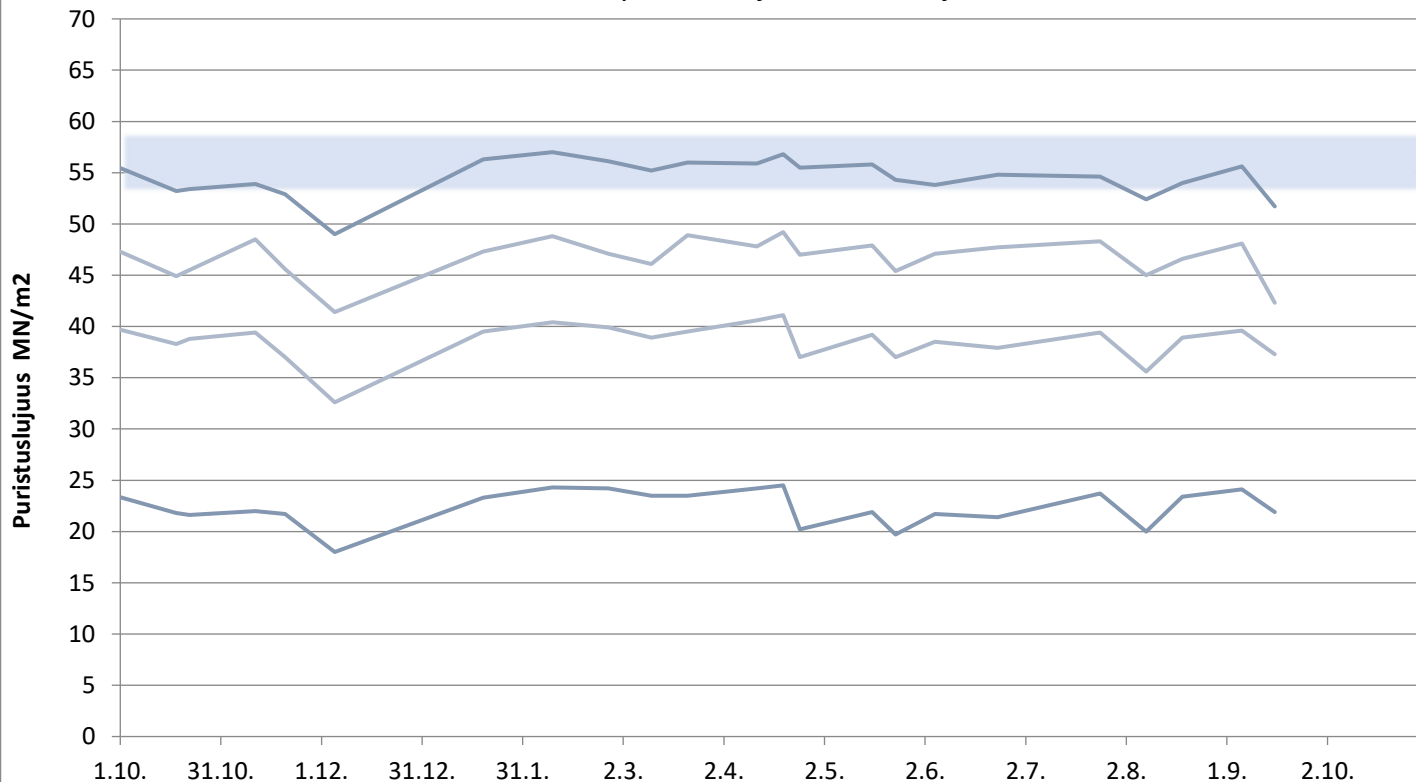


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

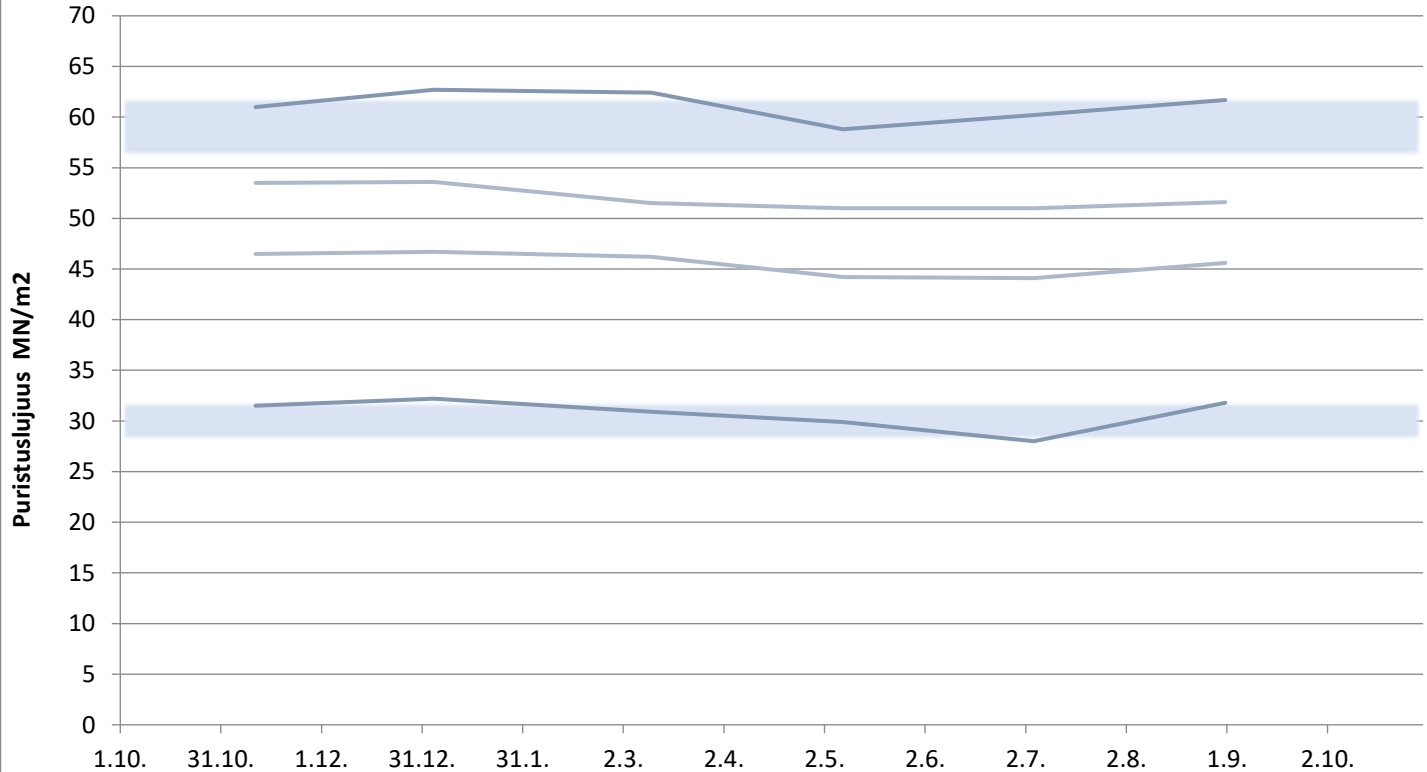

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

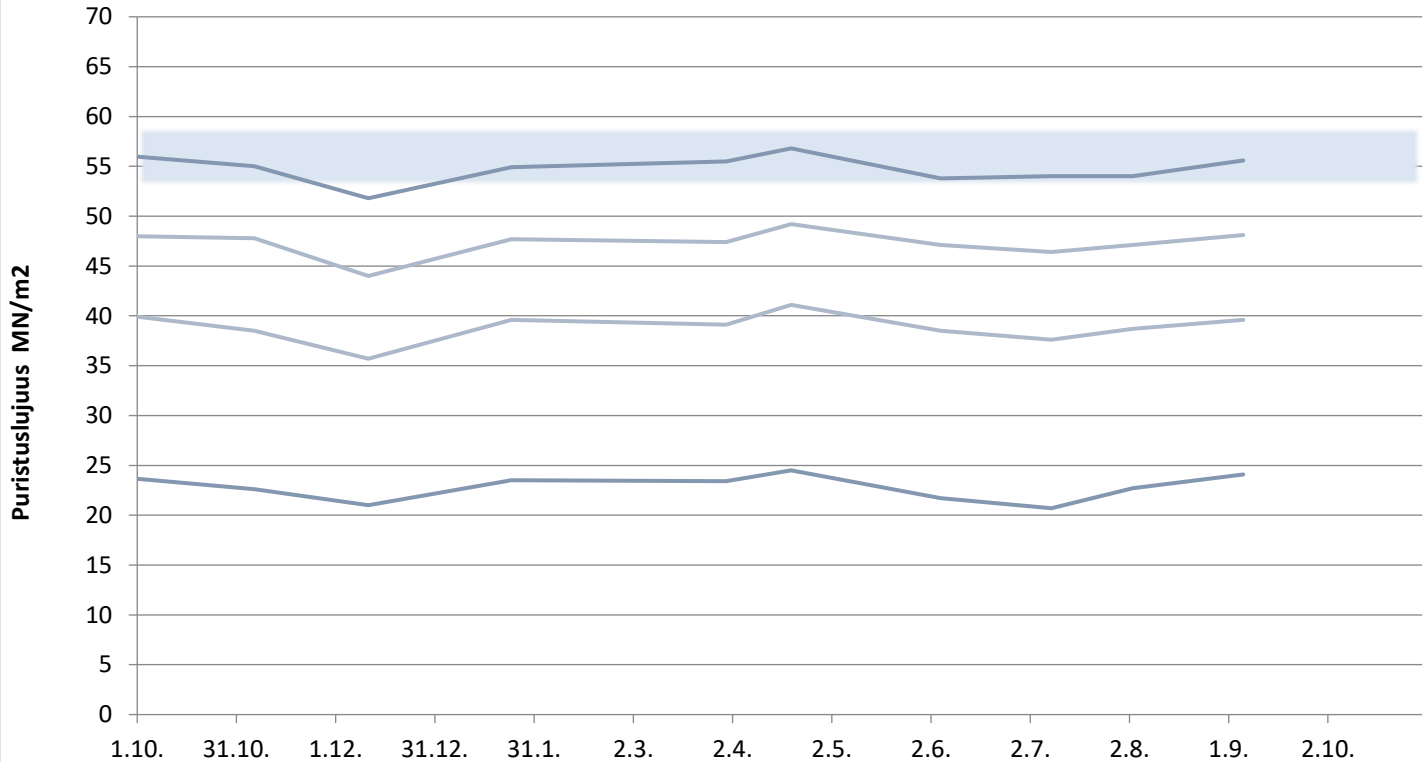

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

