

Laatuinformaatio vko 41

pvm:

14.10.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	01.10.	14	28.09.	40	07.09.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	05.10.	14	01.10.	40	10.09.	53	430	36	11	17
	08.10.	14	05.10.	39	14.09.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	01.10.	24	28.09.	47	07.09.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	05.10.	24	01.10.	47	10.09.	54	450	32	7	0
	08.10.	23	05.10.	47	14.09.	53				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	01.10.	32	01.10.	43	07.09.	61				
CEM I 52.5 R	05.10.	32	05.10.	44	10.09.	61	560	35	4	0
	08.10.	33	08.10.	44	14.09.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	01.10.	19	01.10.	31	13.09.	52				
CEM I 42.5 R	05.10.	19	05.10.	30	14.09.	52	410	31	4	0
	08.10.	18	08.10.	31	15.09.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	06.10.	12	01.10.	36	10.09.	60				
CEM III/A 52,5 L	08.10.	12	04.10.	36	13.09.	59	500	42	4	40
	11.10.	12	05.10.	36	14.09.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	06.07.	74	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	04.10.	13	29.09.	39	08.09.	51				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	06.10.	14	04.10.	39	13.09.	51	450	32	15	12
	11.10.	15	06.10.	40	15.09.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	04.10.	21	29.09.	51	06.09.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	06.10.	21	04.10.	51	08.09.	62	470	31	8	0
	11.10.	21	06.10.	51	13.09.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	04.10.	30	04.10.	43	08.09.	67				
CEM I 52.5 R	06.10.	30	06.10.	44	13.09.	66	550	30	4	0
	11.10.	31	11.10.	45	15.09.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	29.09.	27	27.09.	41	06.09.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	04.10.	29	29.09.	42	08.09.	54	380	23	4	0
	06.10.	30	04.10.	44	13.09.	53				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
23.09.	52 %	30.08.	79 %
27.09.	53 %	02.09.	76 %
30.09.	52 %	06.09.	78 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208
Iiro Aro 0201 206 447
Heikki Alarautalahti 0201 206 204
Arvi Hokkanen 0201 206 202


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

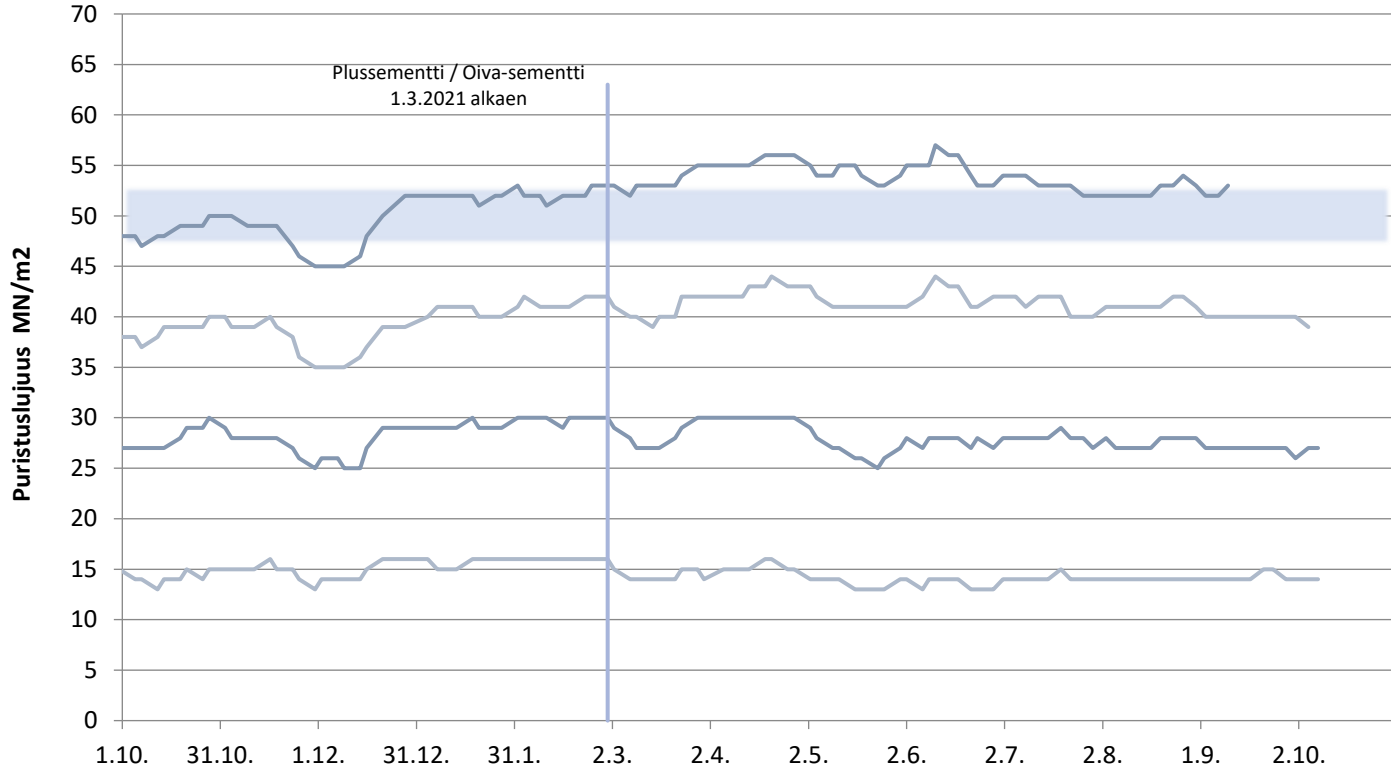


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

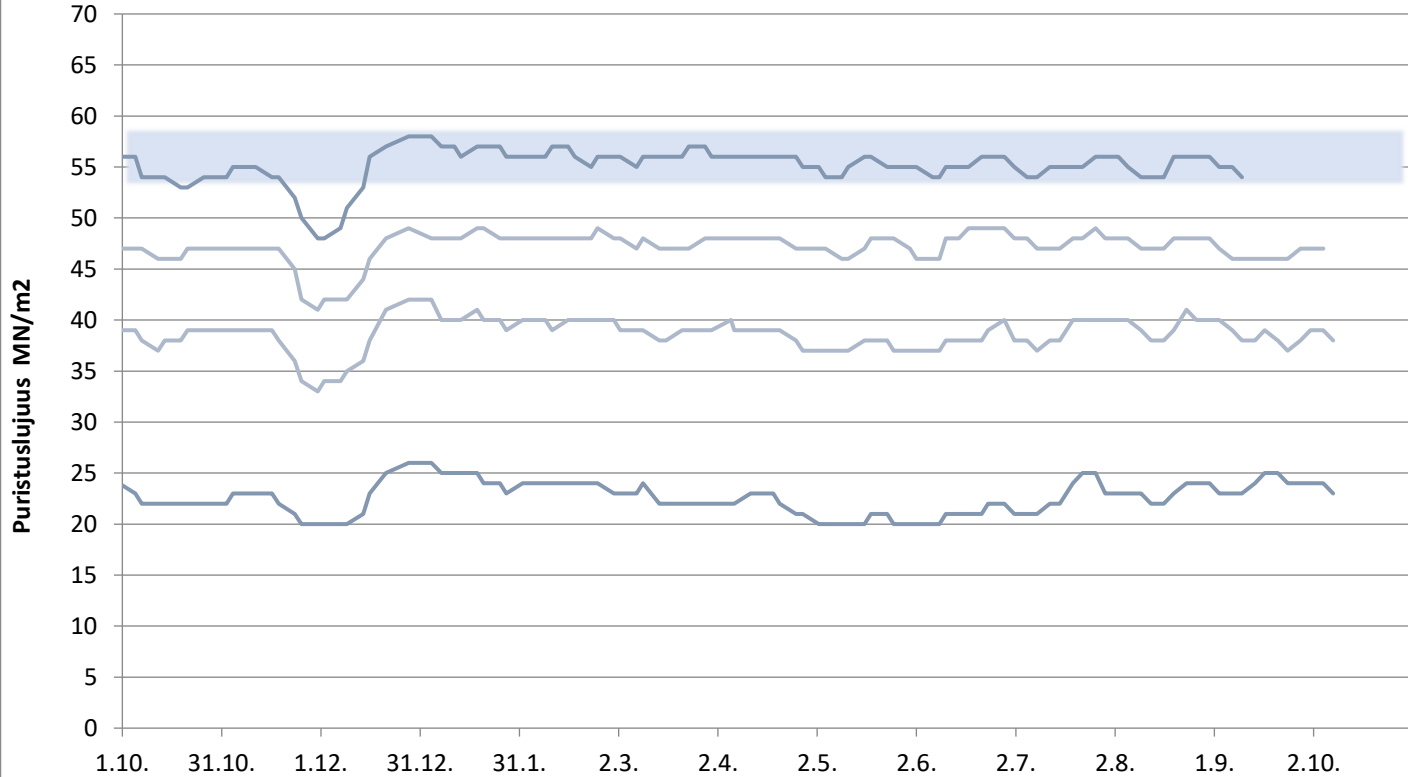


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

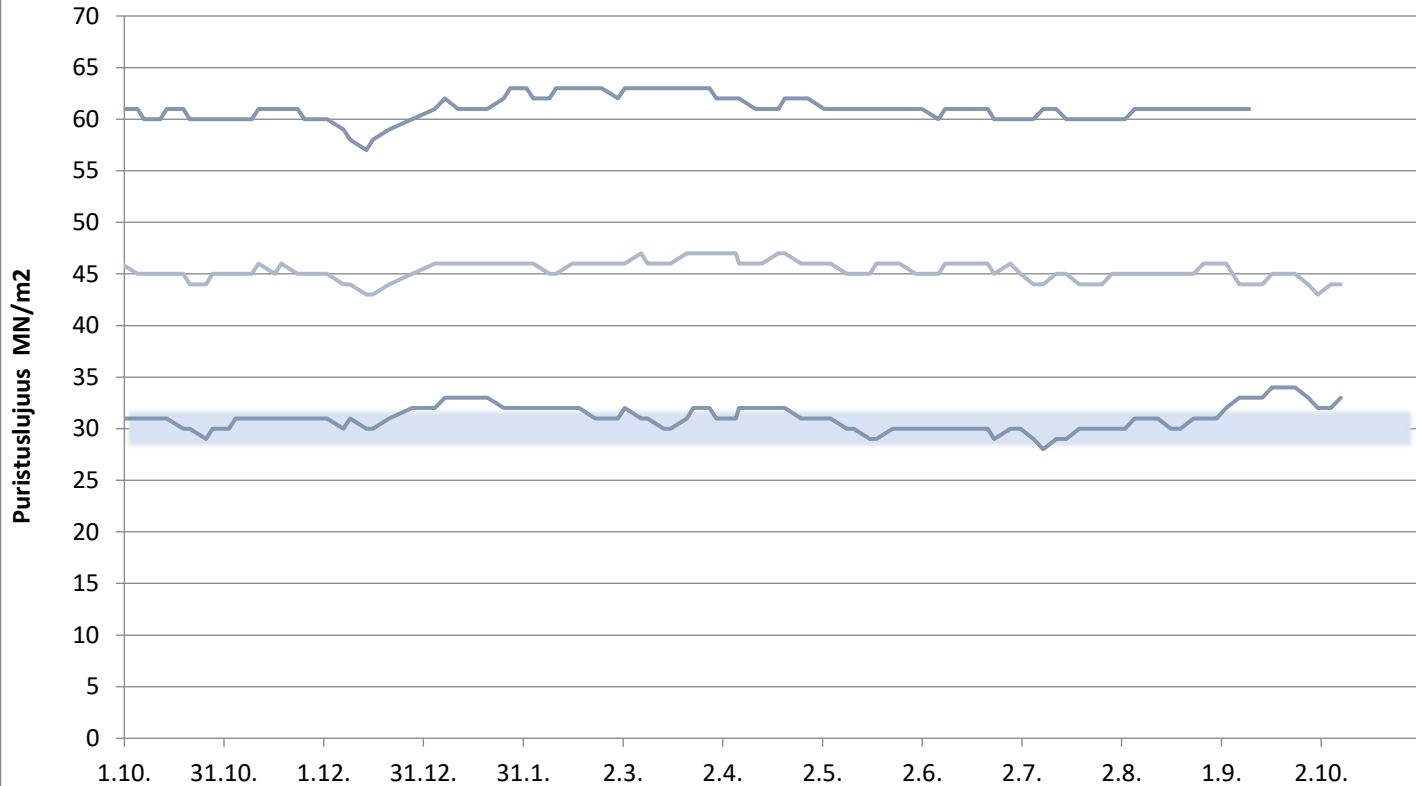


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

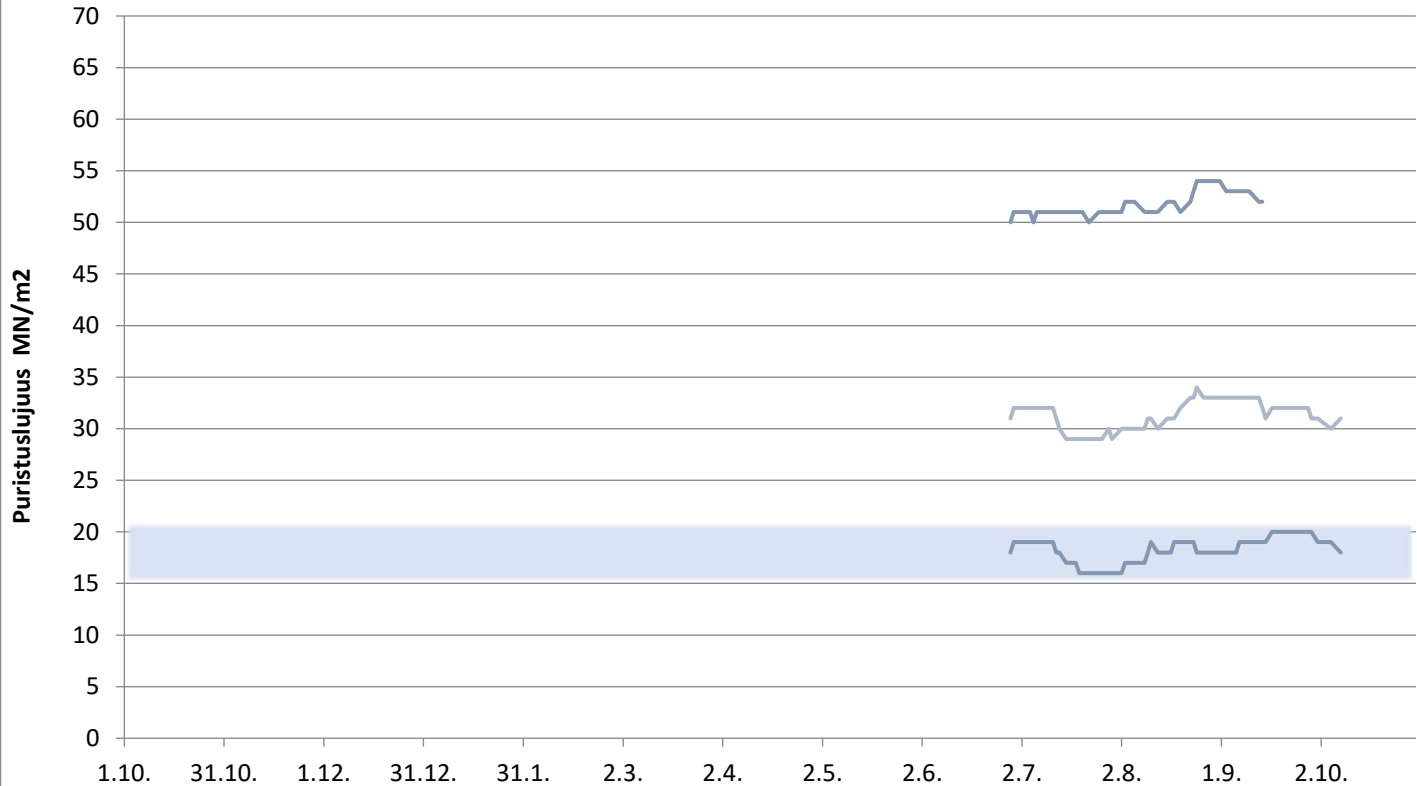


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

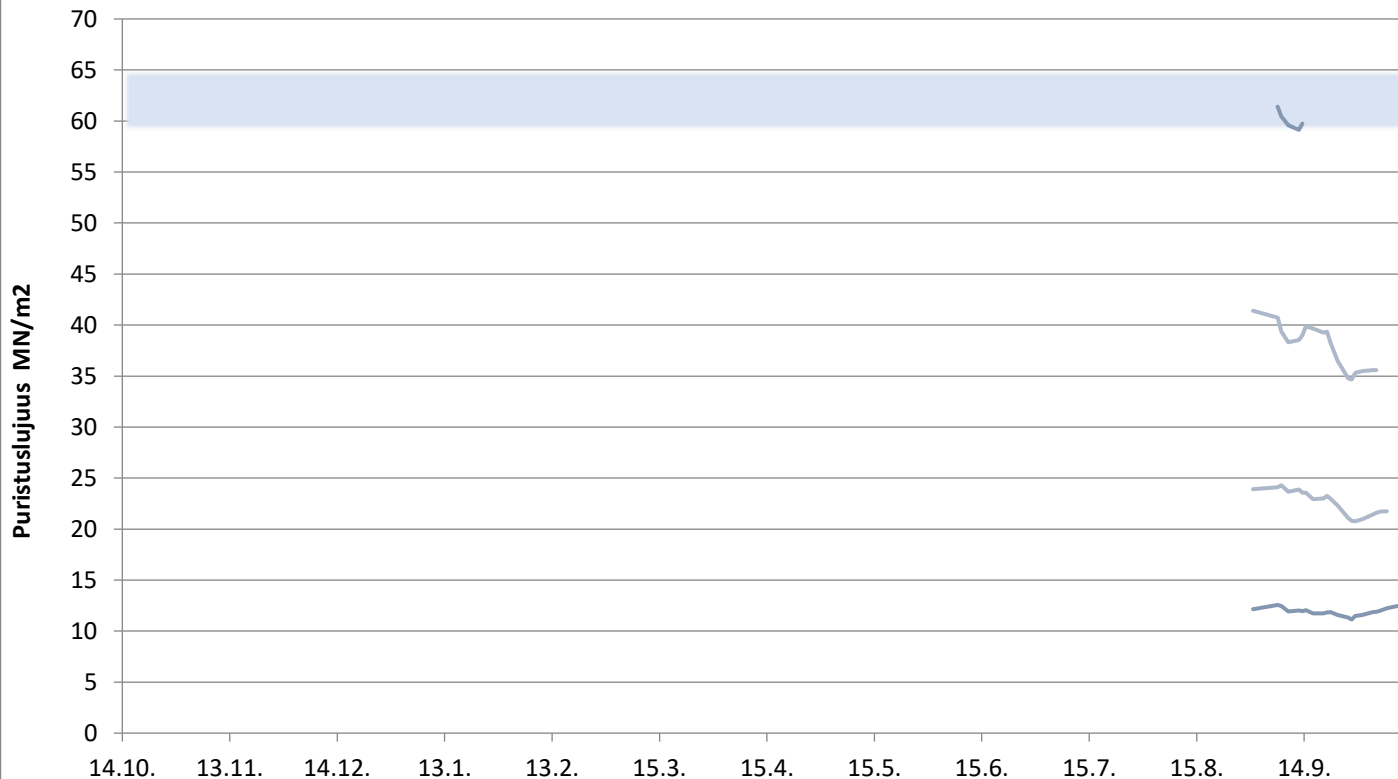


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

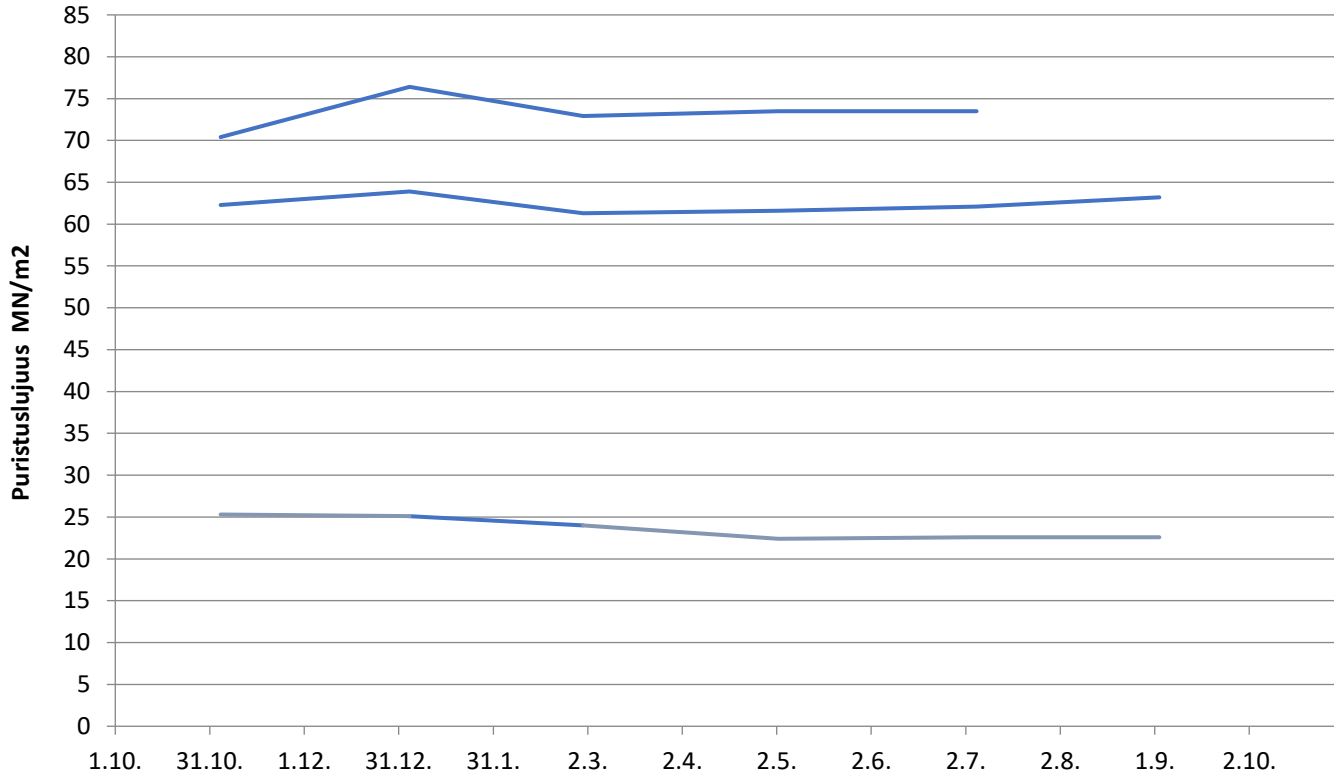

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

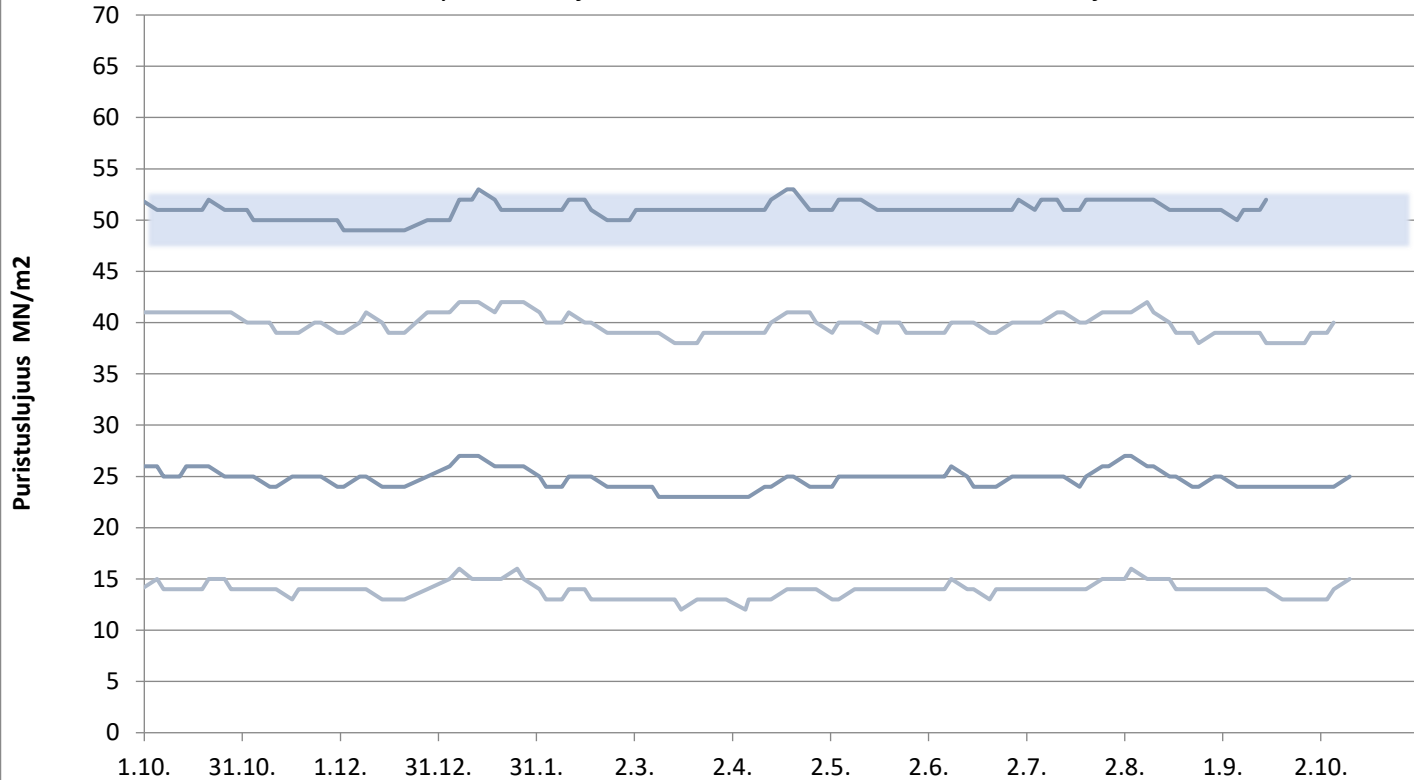

päivitetty 14.10.2021

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

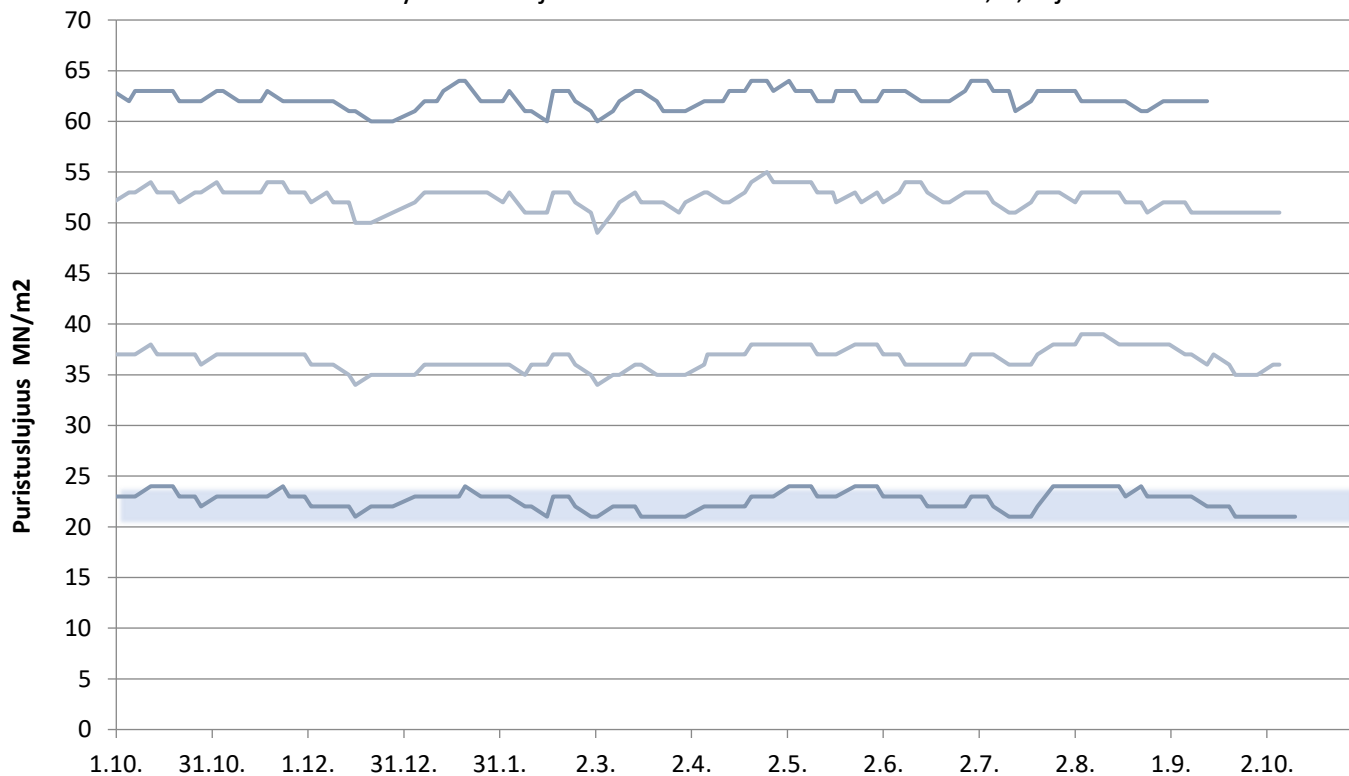


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 14.10.2021


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

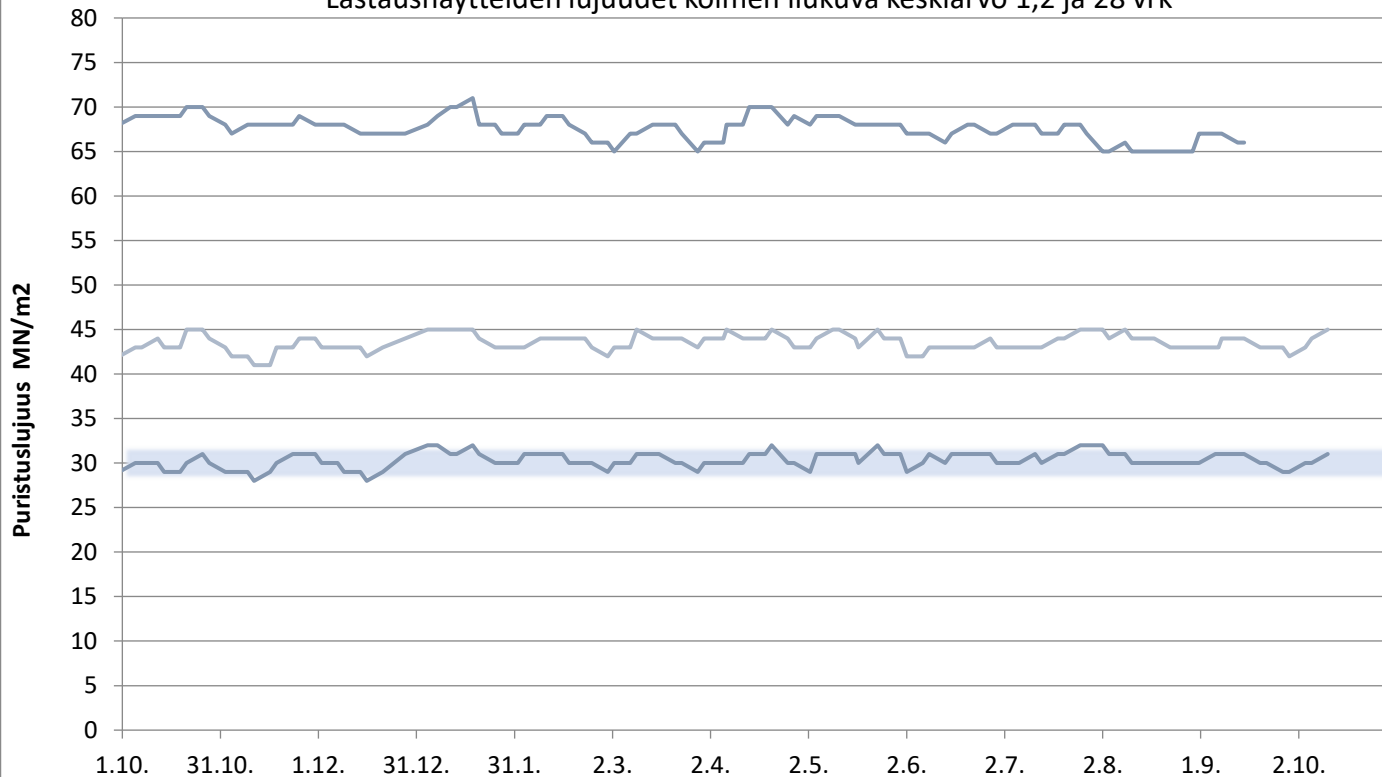


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

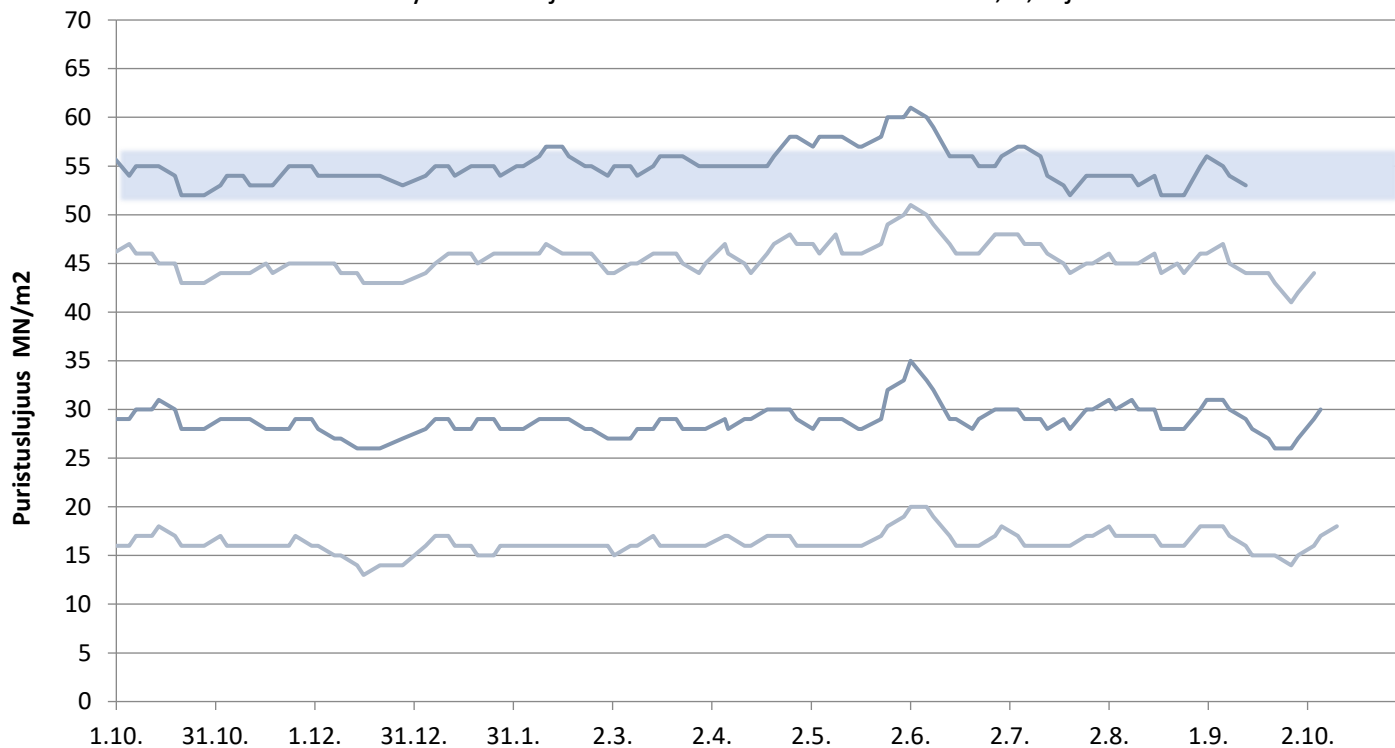


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

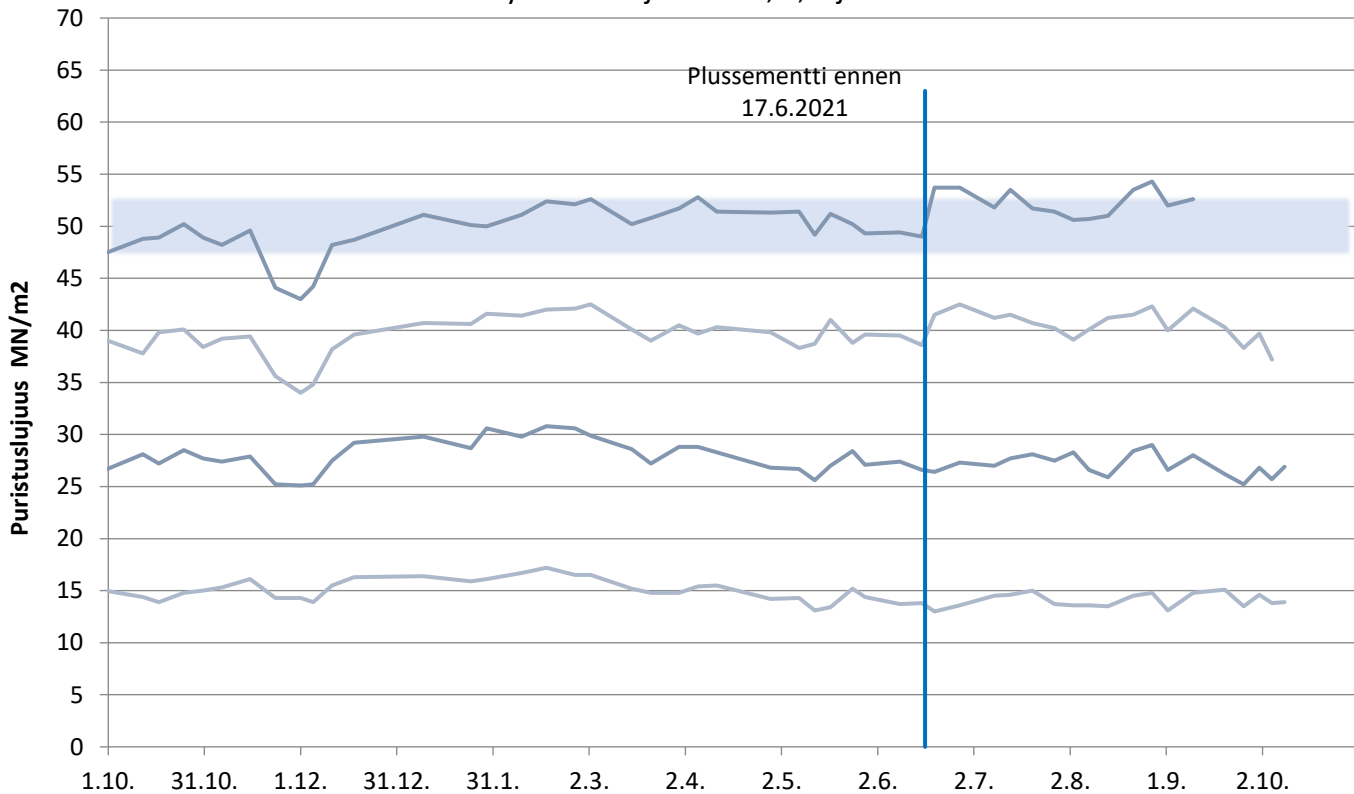


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

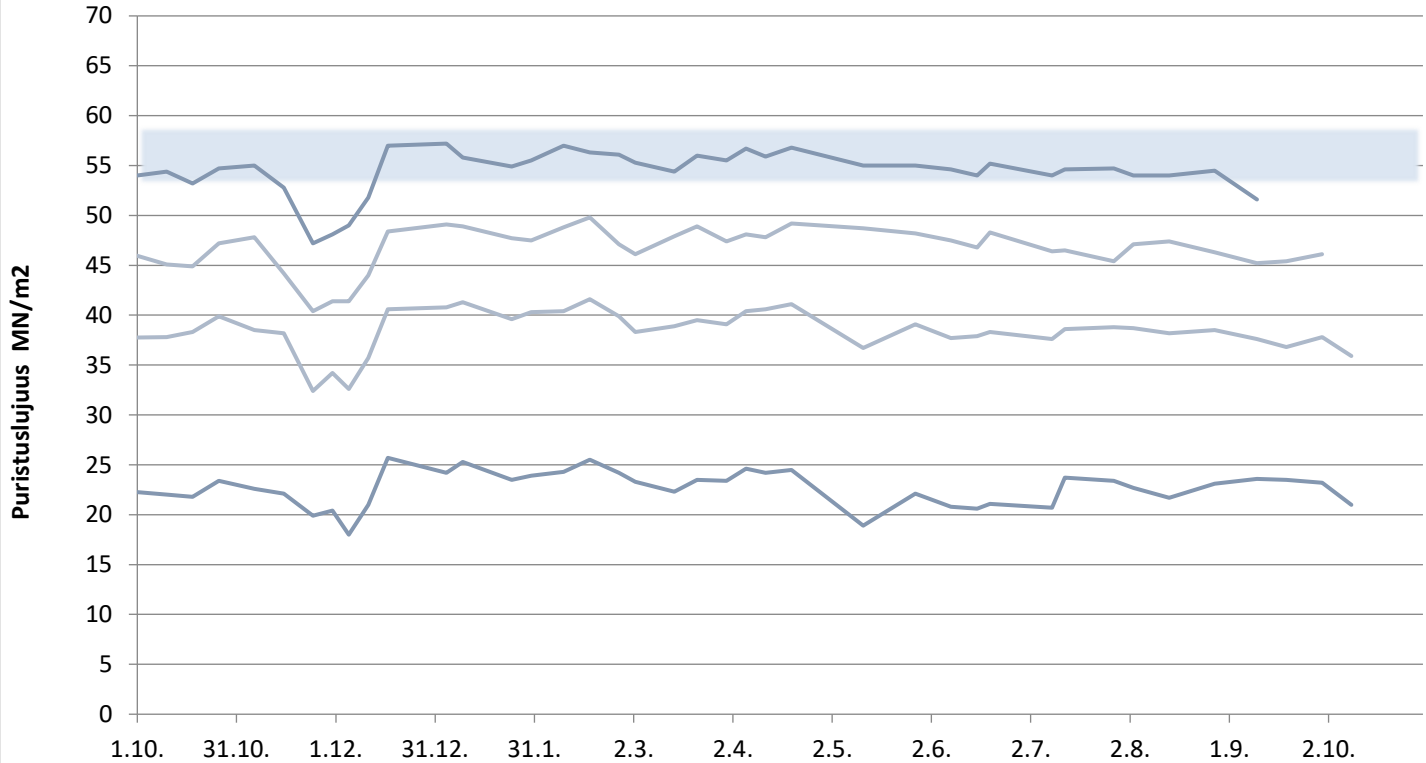


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

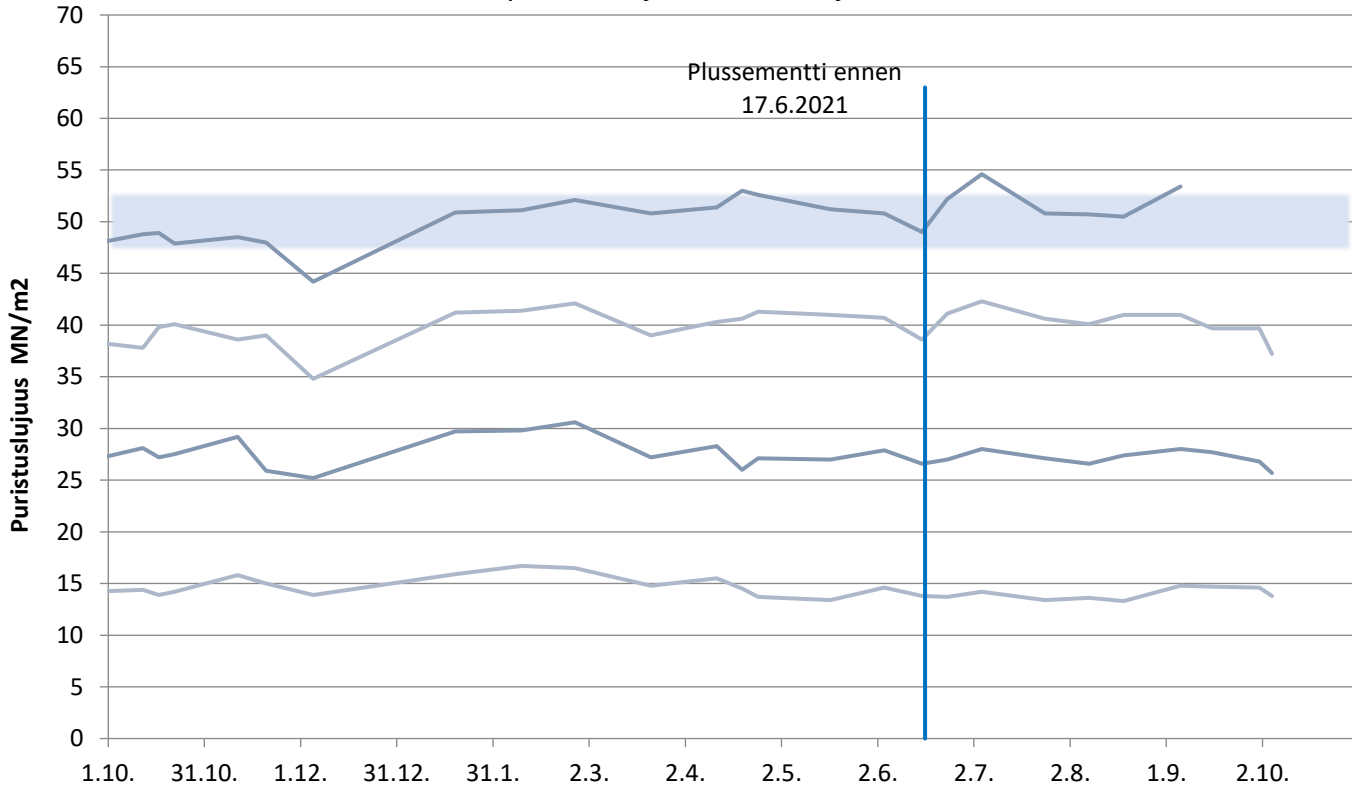


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

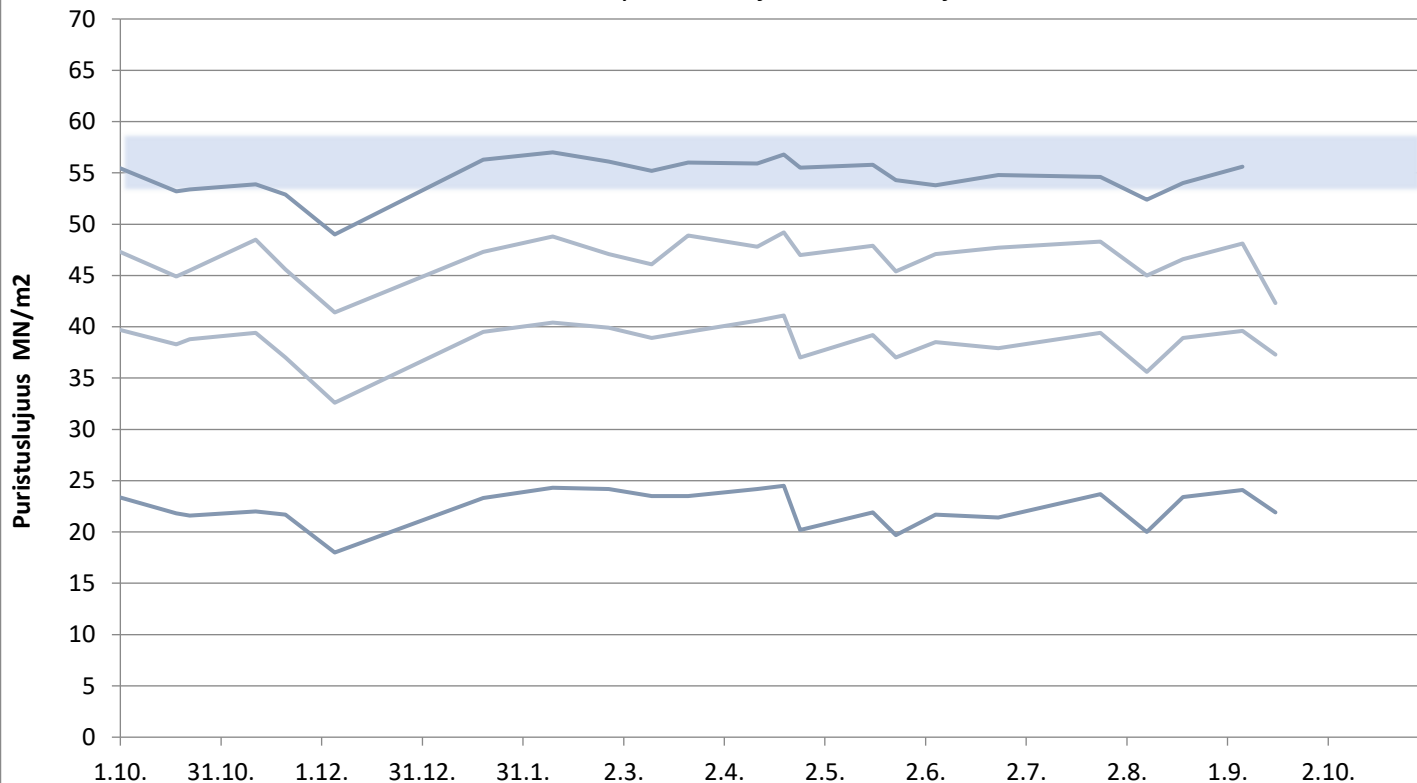


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

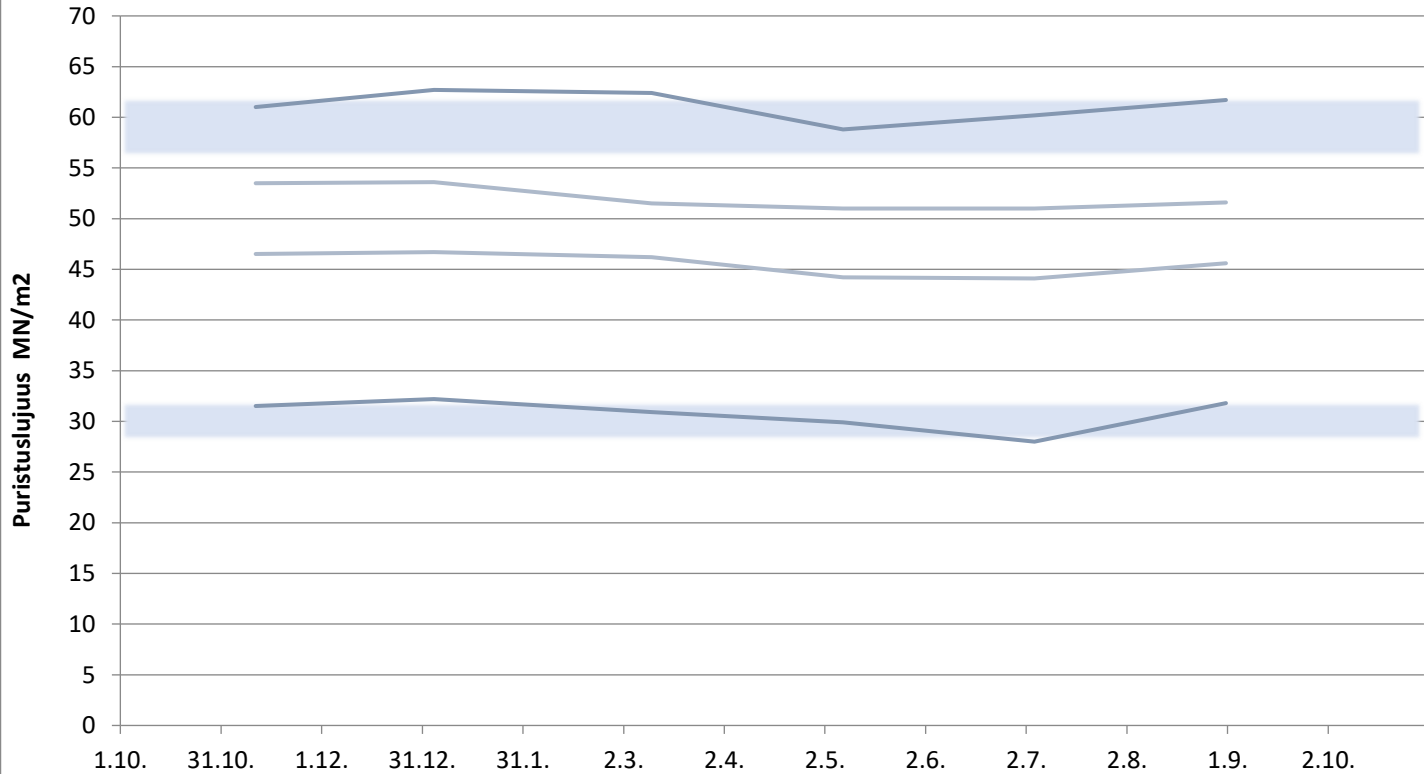

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

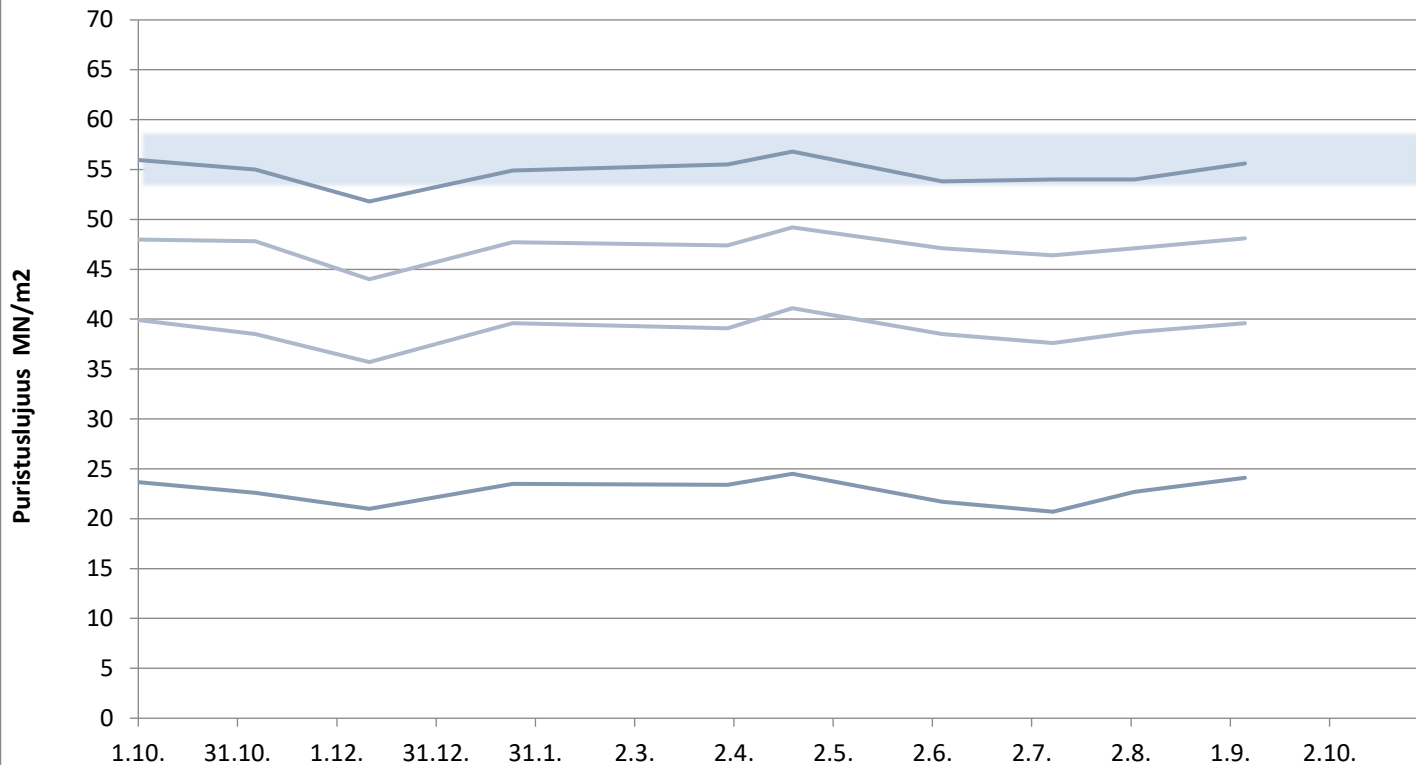

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

