

Laatuinformaatio vko 1

pvm:

7.1.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	20.12.	14	17.12.	40	30.11.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	27.12.	14	20.12.	40	03.12.	53	440	34	11	17
	04.01.	15	27.12.	40	07.12.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	20.12.	25	17.12.	47	30.11.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	27.12.	25	20.12.	48	03.12.	55	470	32	7	0
	04.01.	25	27.12.	47	07.12.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	20.12.	31	17.12.	45	30.11.	61				
CEM I 52.5 R	27.12.	31	20.12.	45	03.12.	60	550	34	4	0
	04.01.	31	27.12.	46	07.12.	60				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	20.12.	18	17.12.	32	30.11.	52				
CEM I 42.5 R	27.12.	18	20.12.	32	03.12.	52	400	29	4	0
	04.01.	18	27.12.	32	07.12.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	27.12.	12	17.12.	39	03.12.	63				
CEM III/A 52,5 L	03.01.	11	20.12.	39	07.12.	62	470	42	2	40
	04.01.	11	27.12.	39	08.12.	61				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	06.07.	74	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	27.12.	14	15.12.	41	01.12.	53				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	03.01.	14	20.12.	40	07.12.	53	460	33	13	19
	05.01.	15	27.12.	40	08.12.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	20.12.	23	15.12.	52	01.12.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	27.12.	23	20.12.	53	07.12.	63	470	29	8	0
	03.01.	22	27.12.	52	08.12.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	27.12.	30	20.12.	44	01.12.	69				
CEM I 52.5 R	03.01.	30	27.12.	44	07.12.	69	540	29	4	0
	05.01.	30	03.01.	44	08.12.	68				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	20.12.	30	15.12.	46	01.12.	58				
CEM I 42.5 N - SR3	27.12.	30	20.12.	47	07.12.	58	360	22	4	0
	03.01.	29	27.12.	47	08.12.	57				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
20.12.	55 %	25.11.	87 %
23.12.	58 %	29.11.	85 %
27.12.	58 %	02.12.	85 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

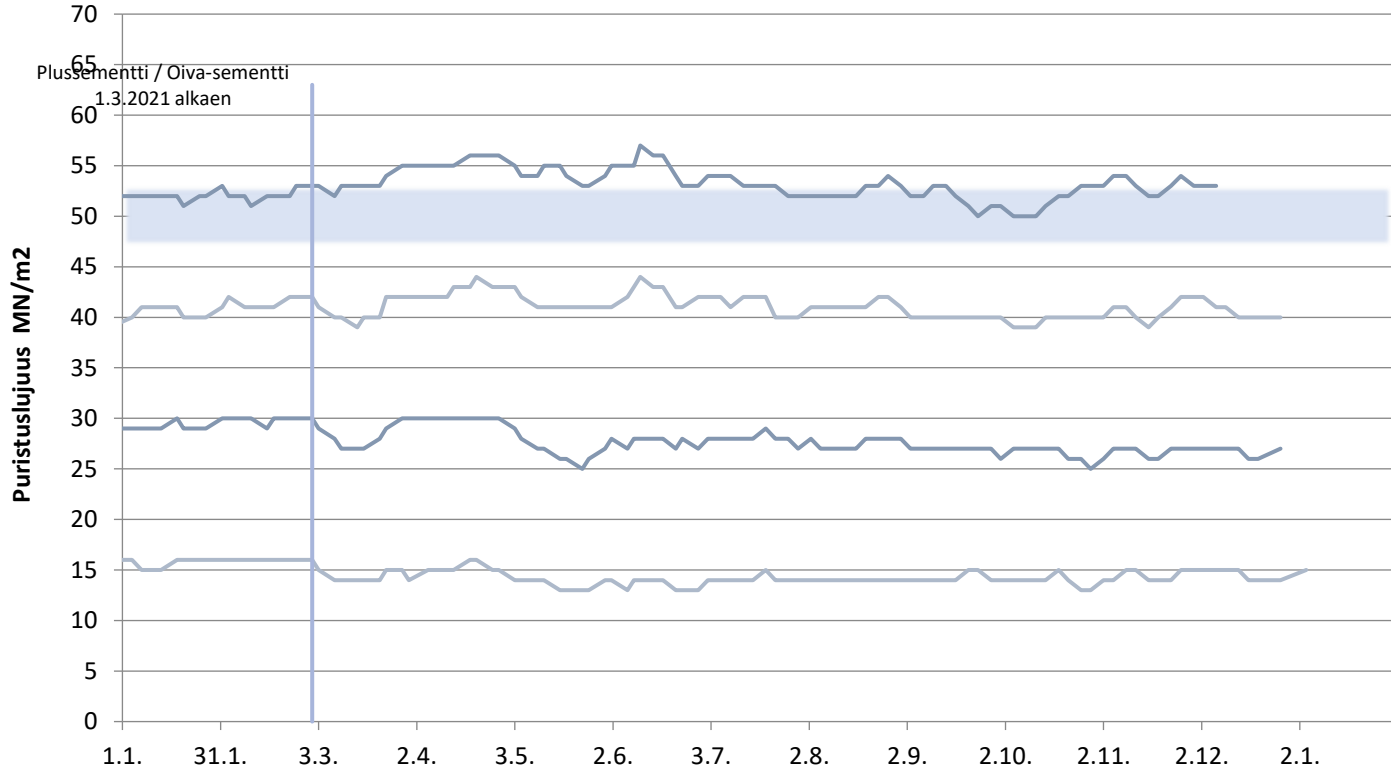


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

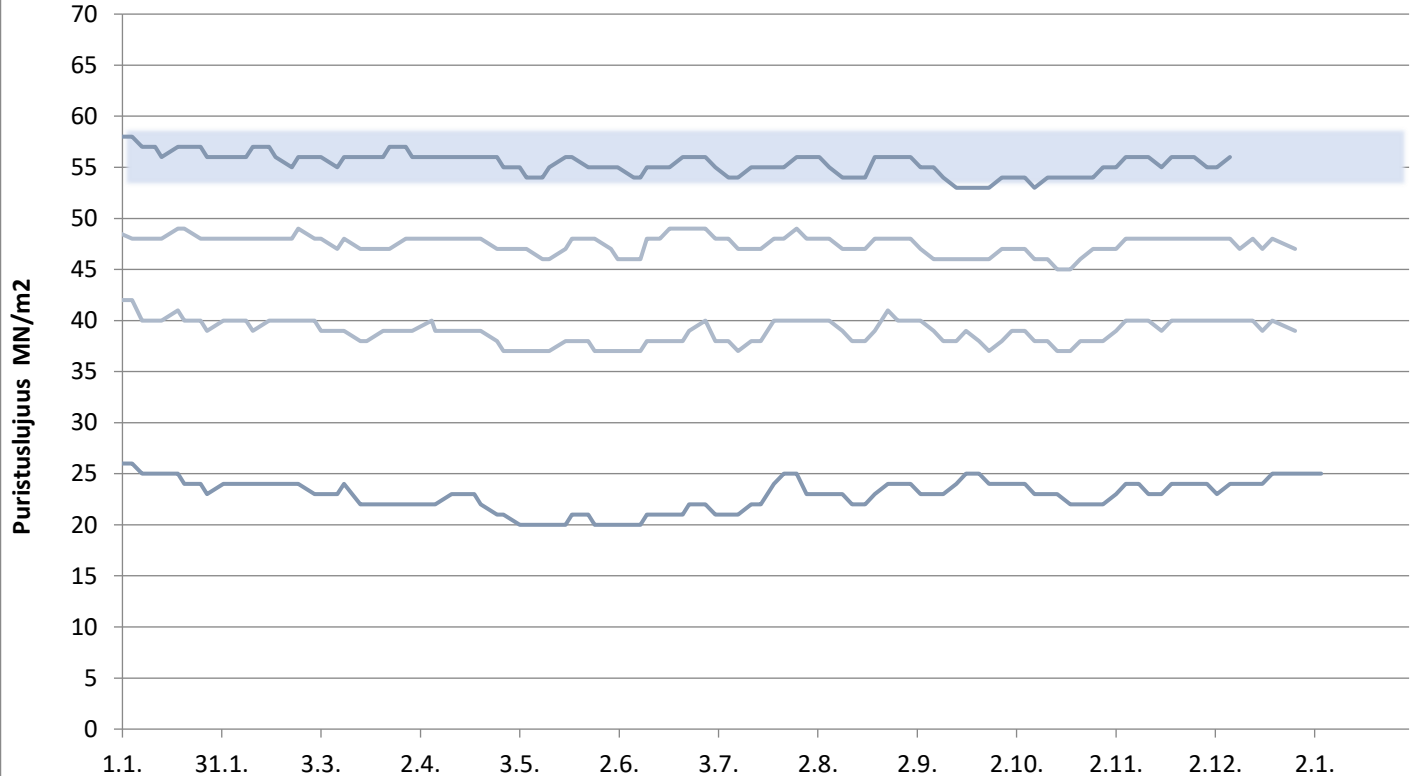


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

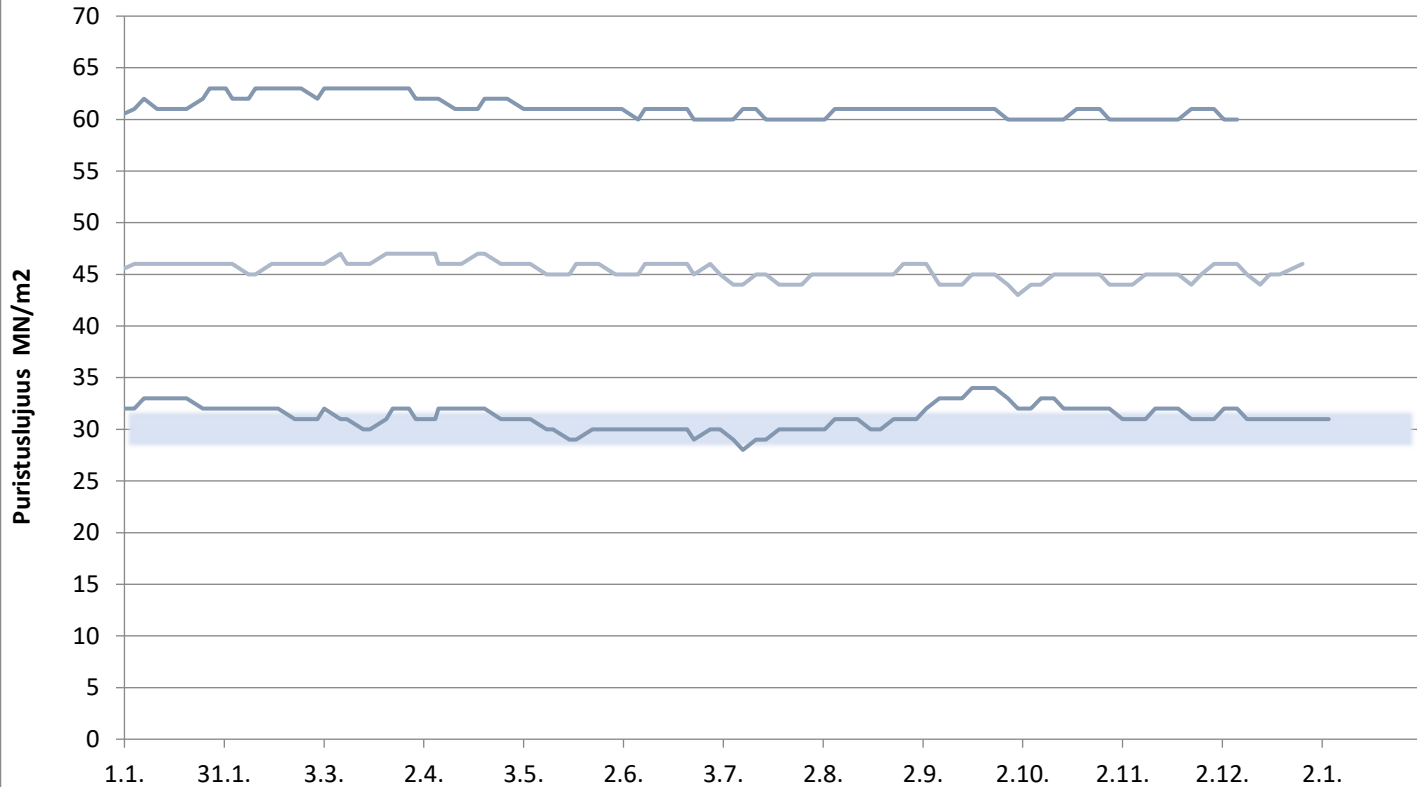


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

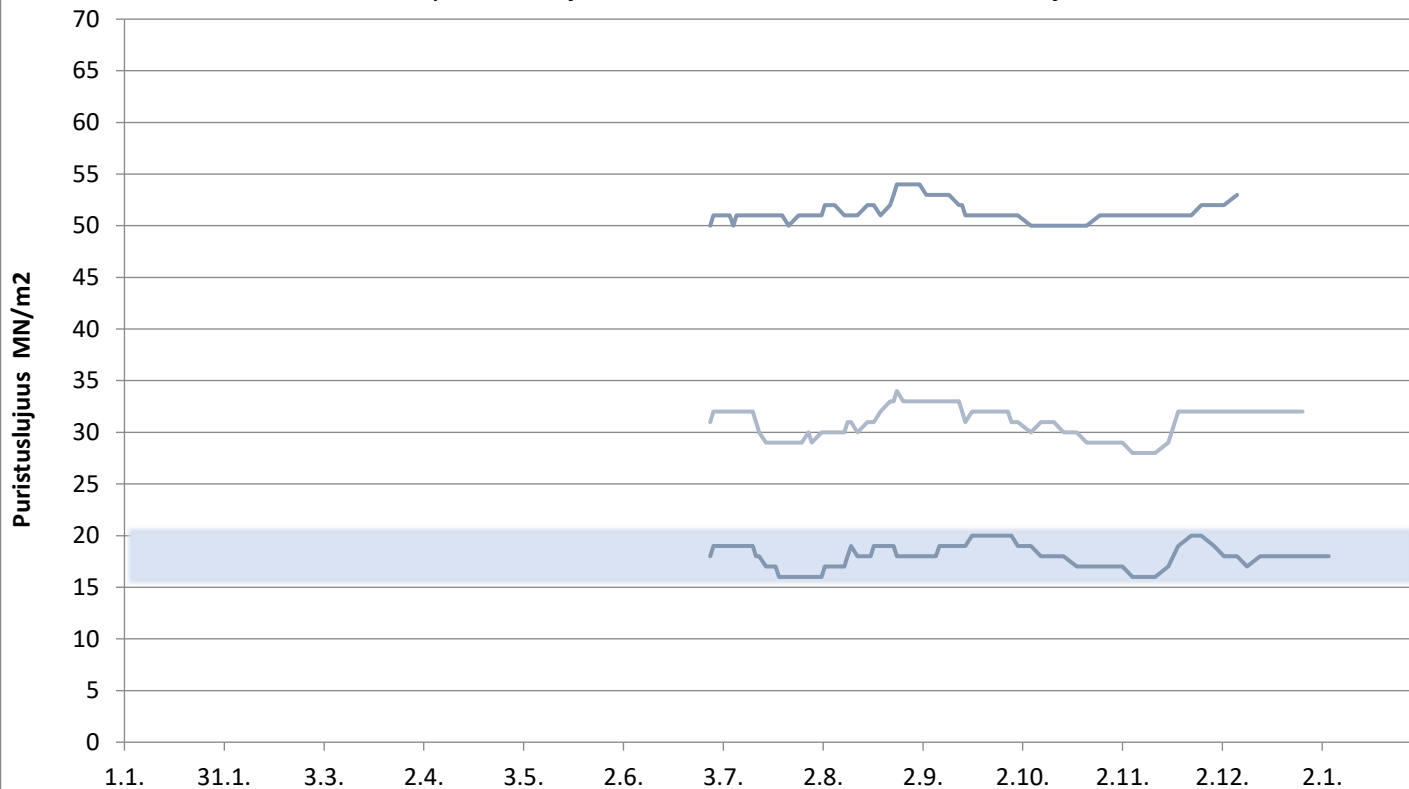


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

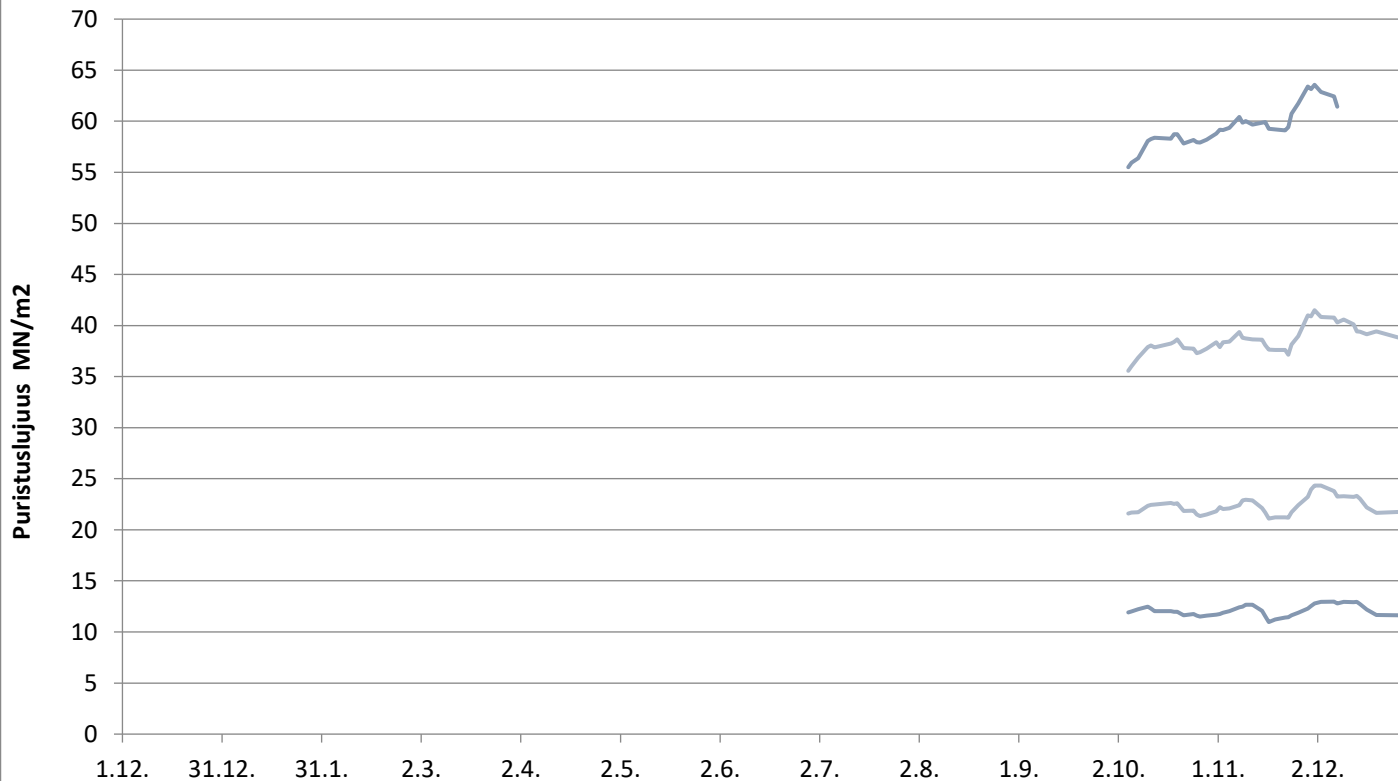


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

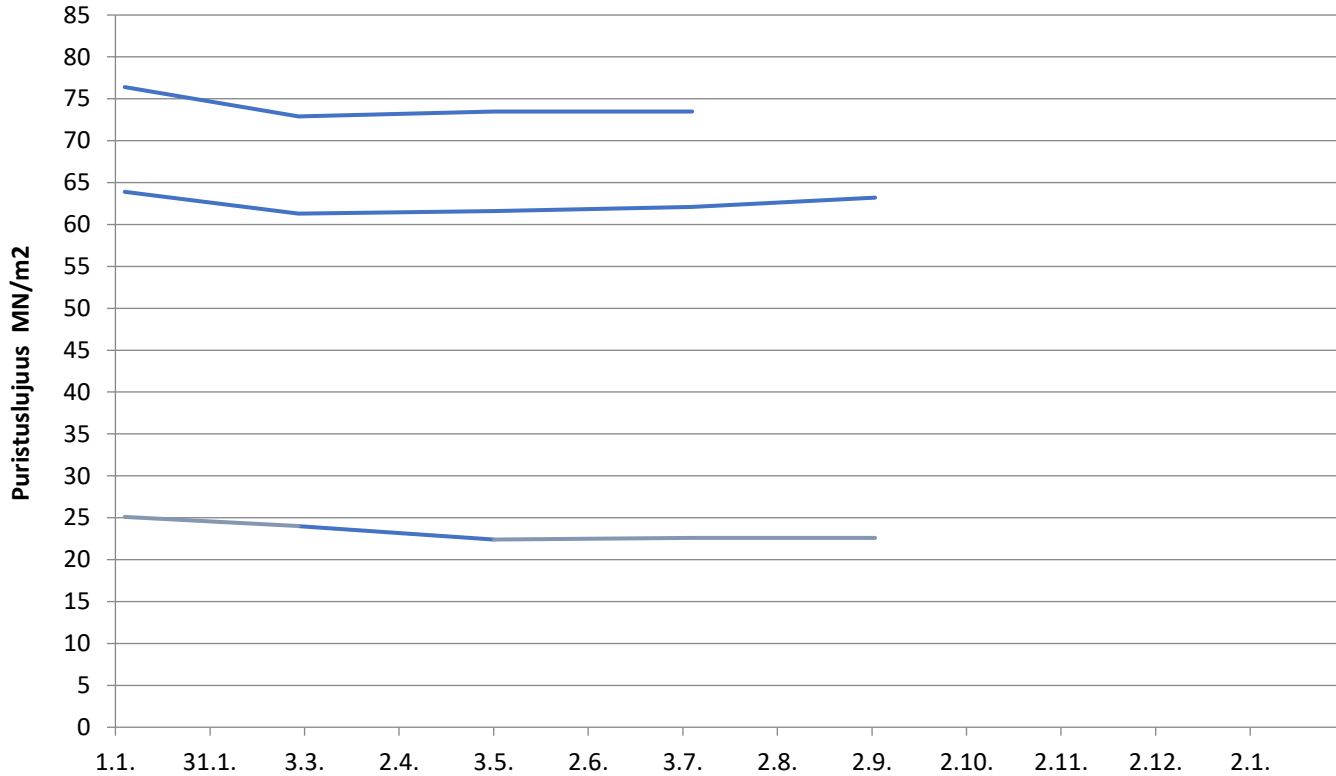

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

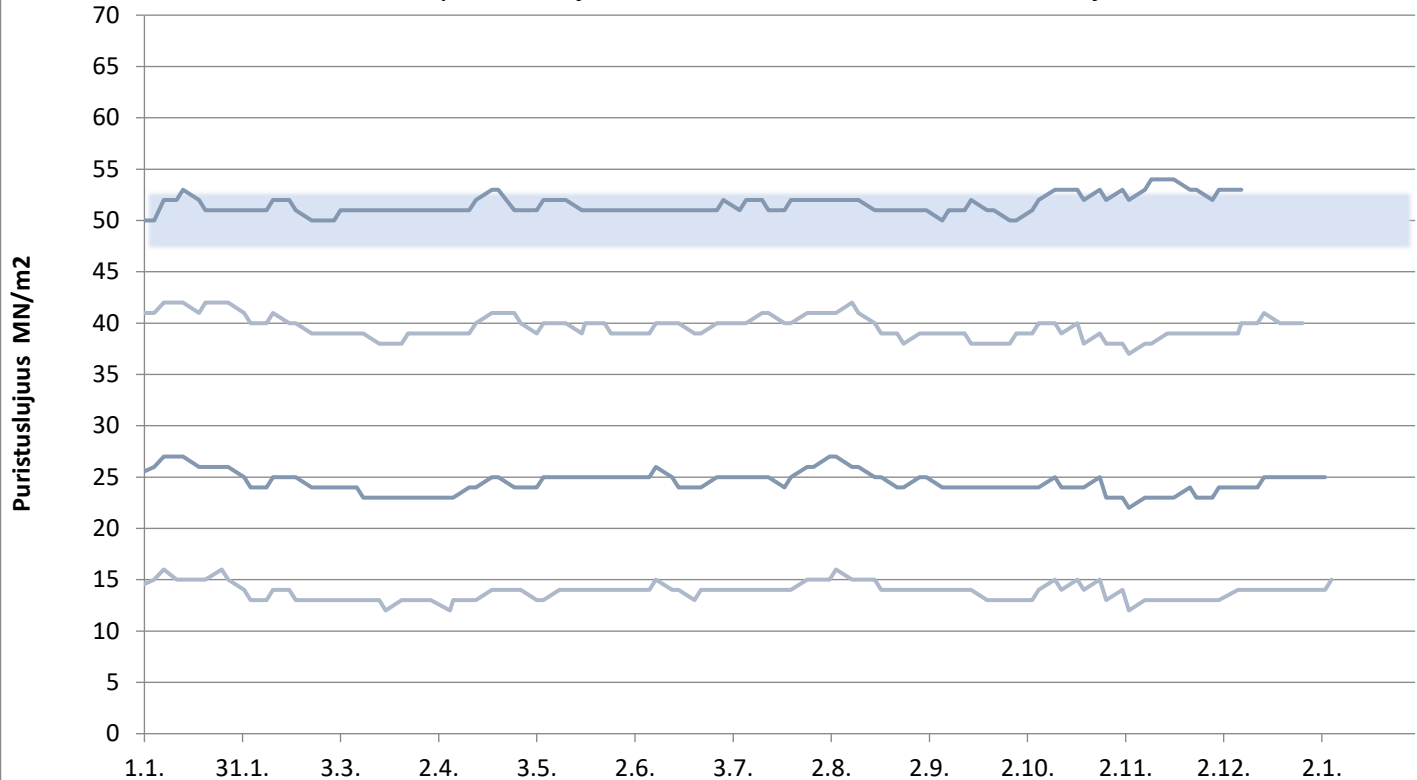

päivitetty 7.1.2022

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

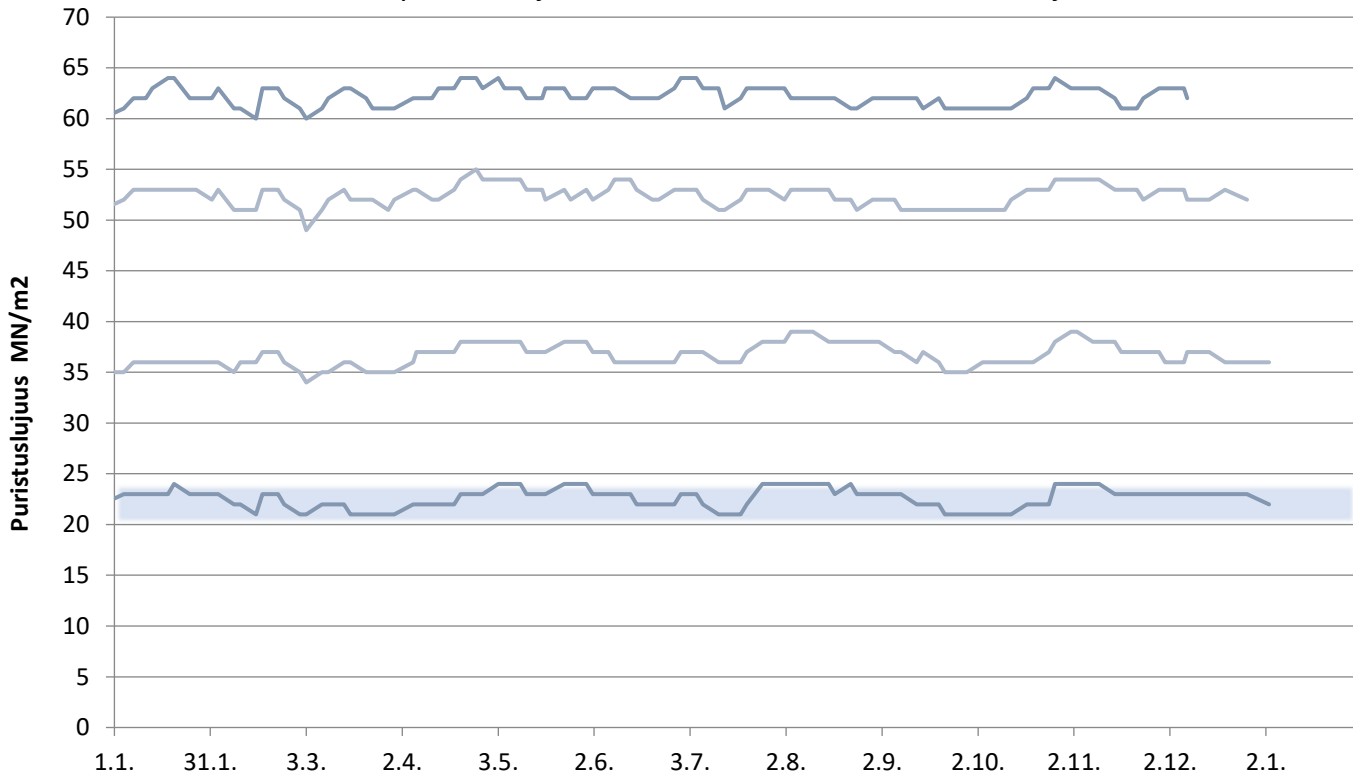


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 7.1.2022


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

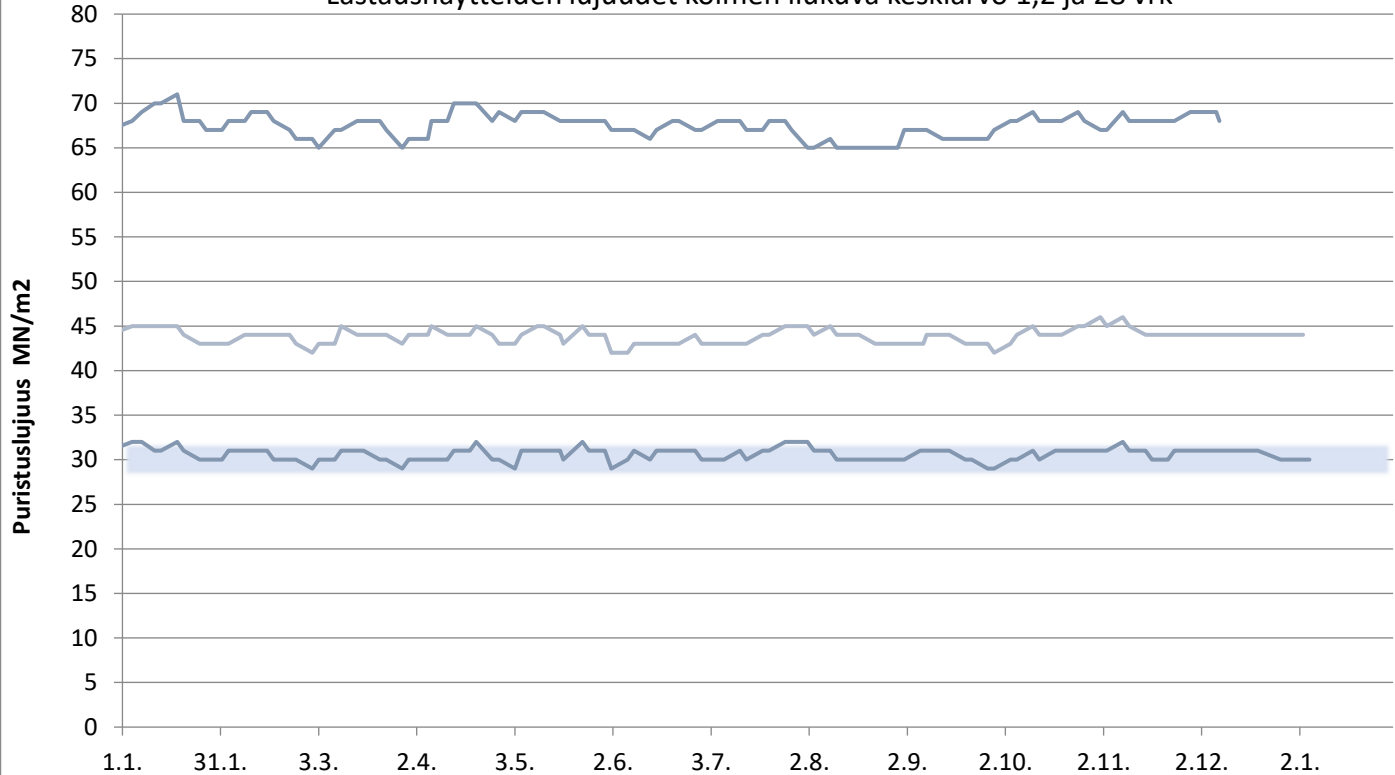


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

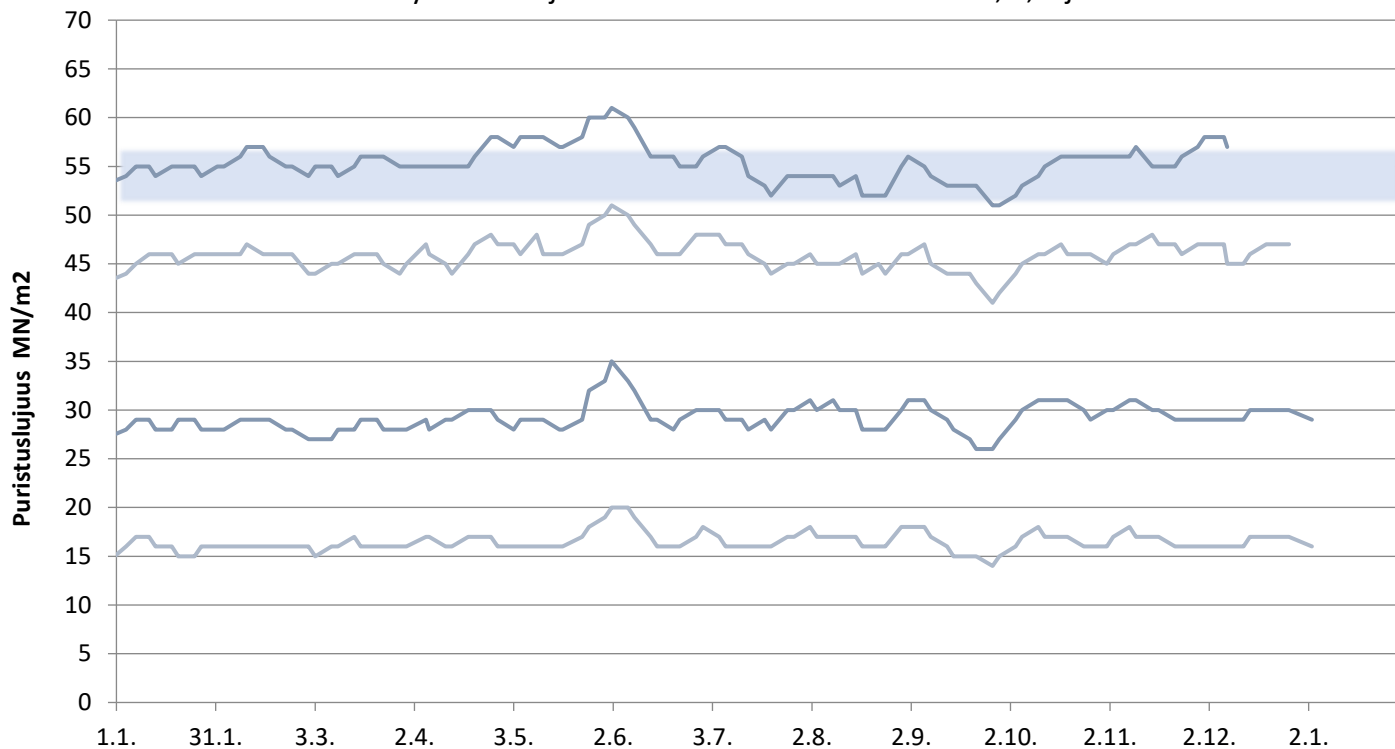


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

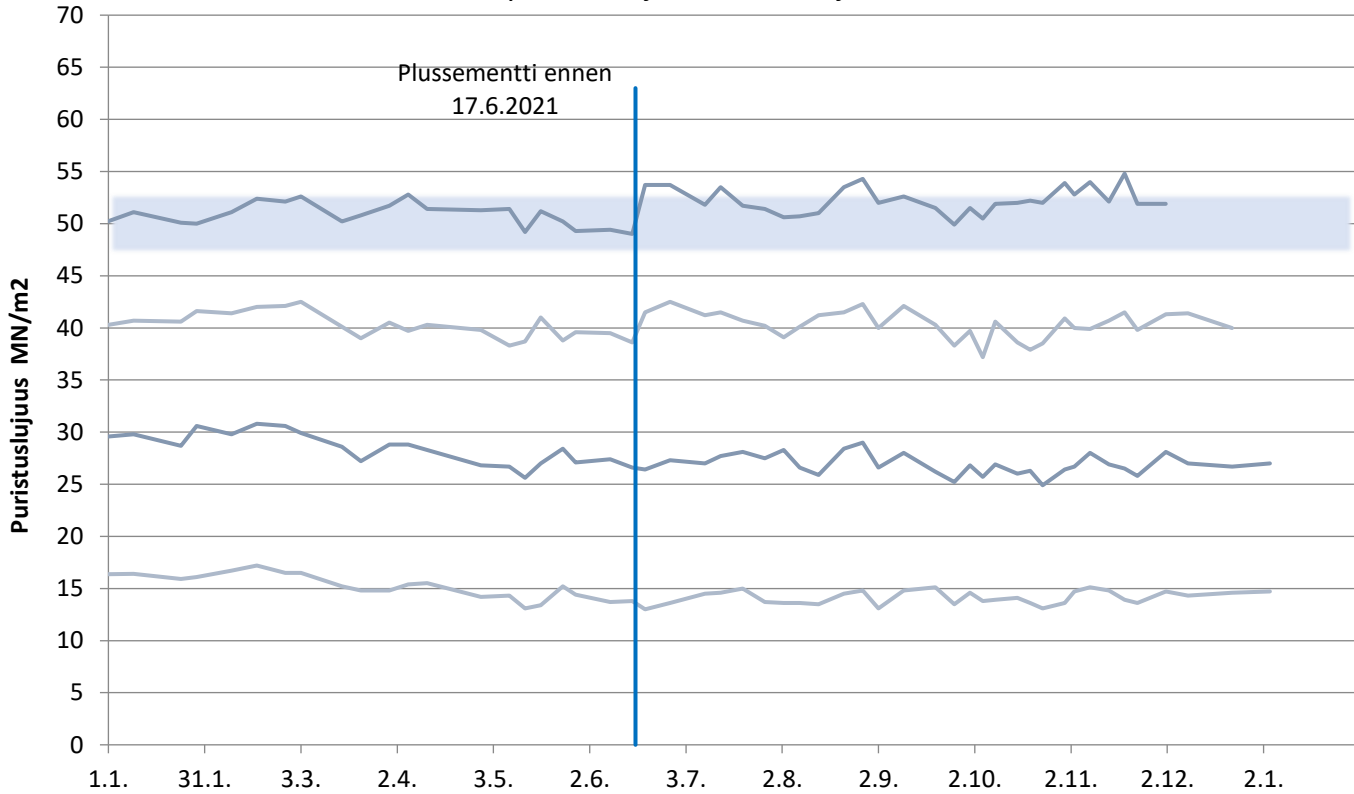


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

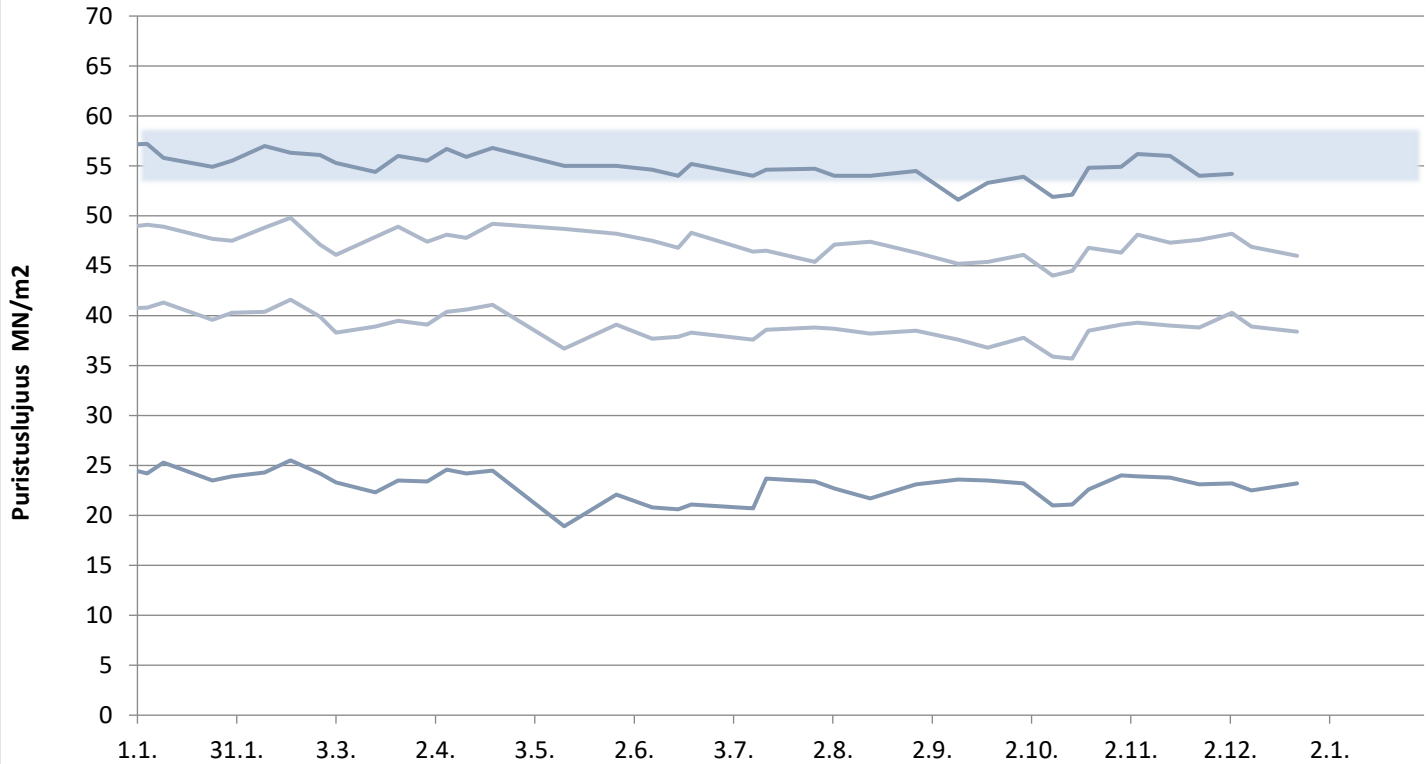


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

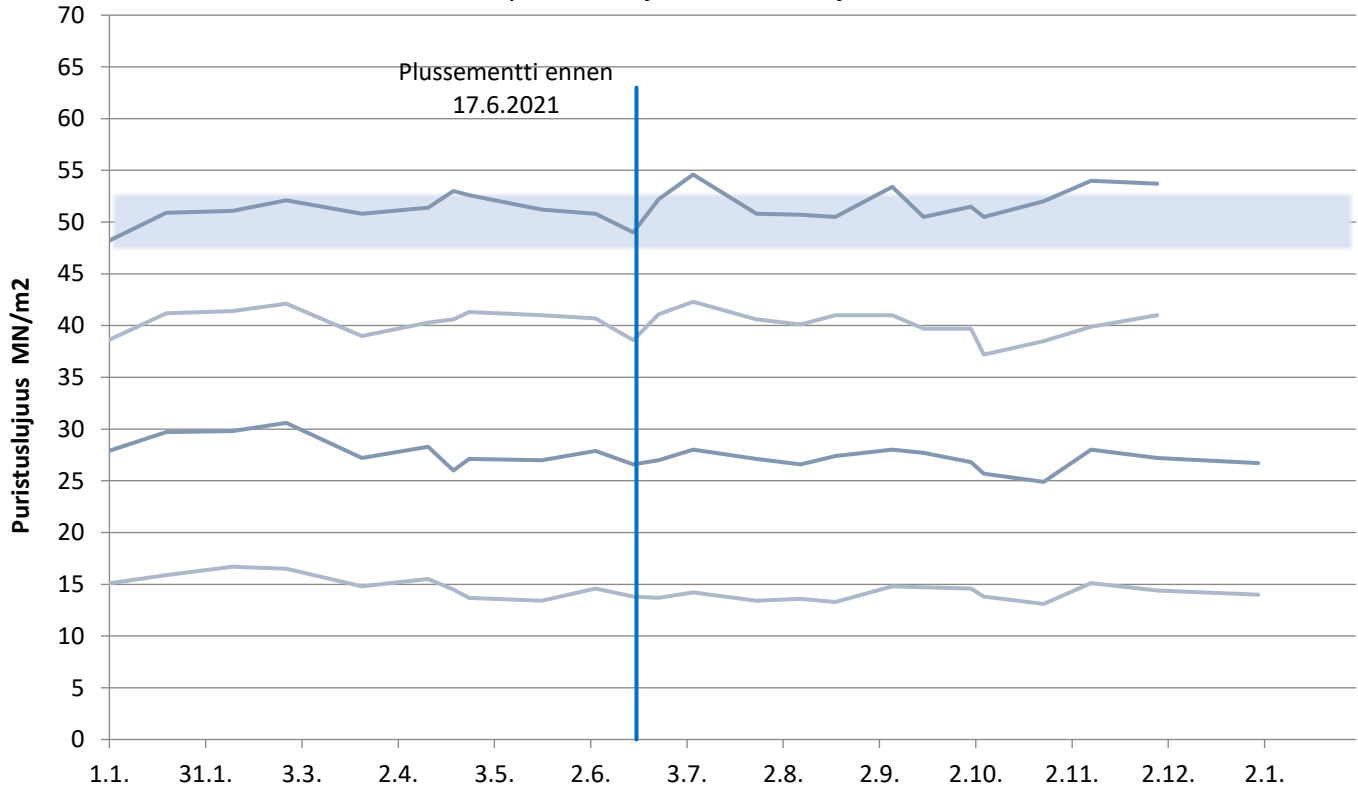


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

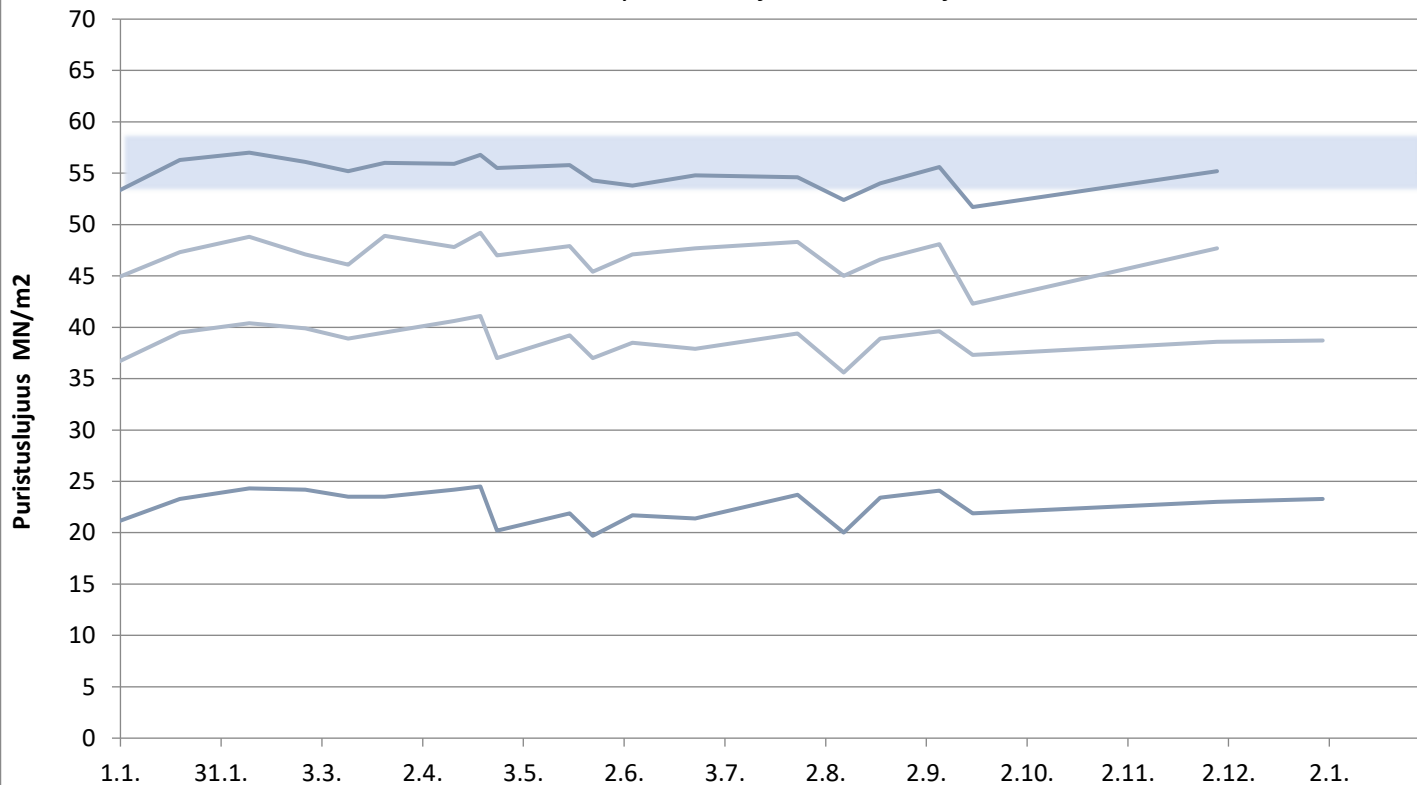


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

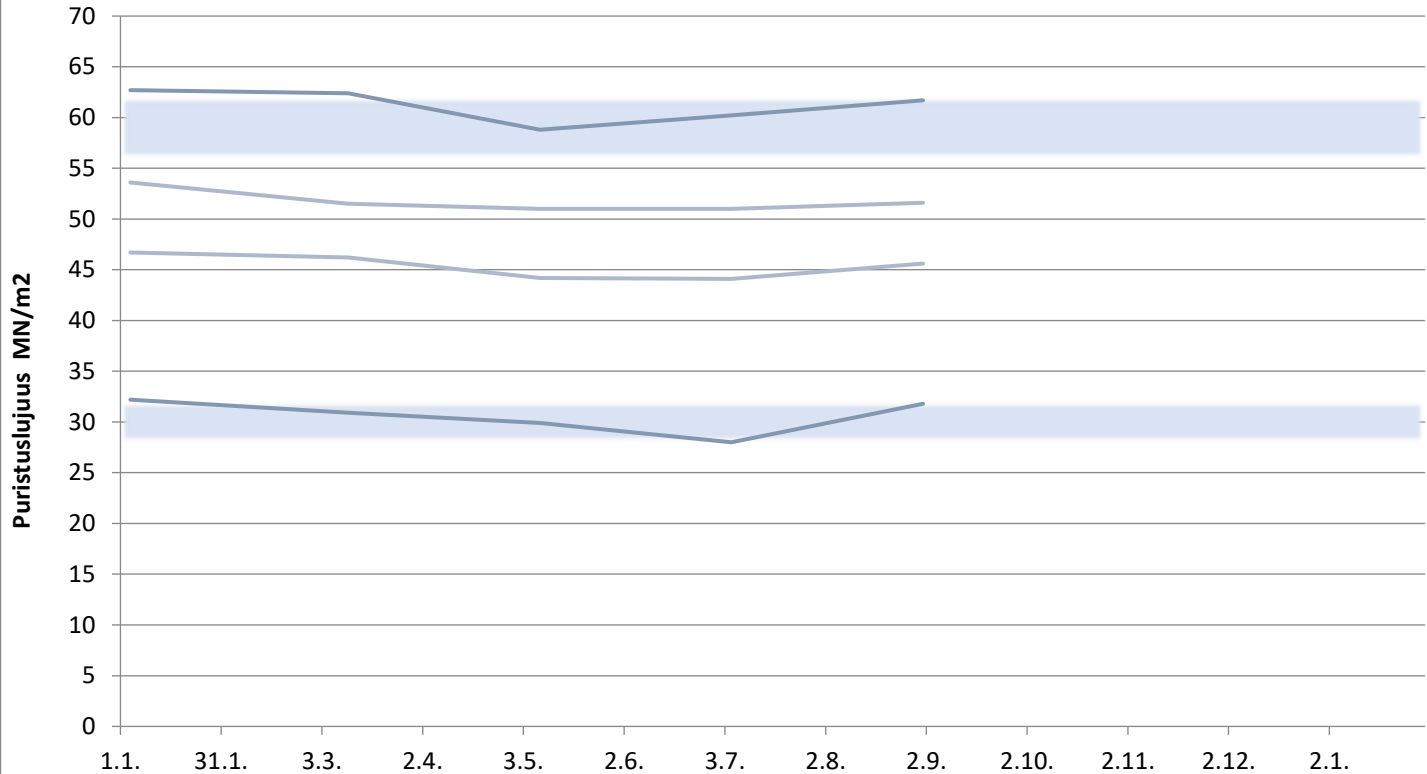

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

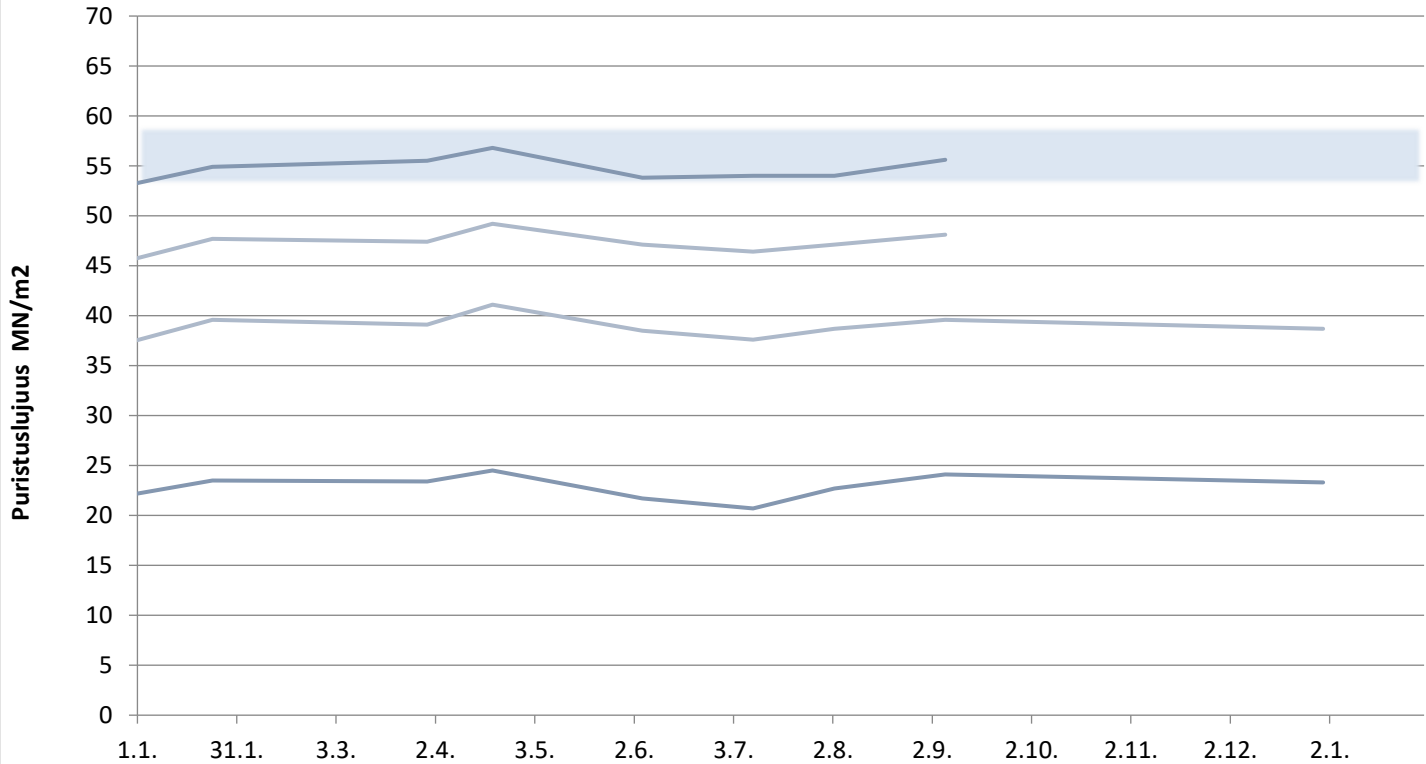

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

