

Laatuinformaatio vko 12

pvm:

24.3.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	11.03.	15	08.03.	41	11.02.	56				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	15.03.	14	11.03.	41	15.02.	56	440	35	11	19
	18.03.	13	15.03.	41	18.02.	56				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	11.03.	26	08.03.	49	11.02.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	15.03.	25	11.03.	50	15.02.	57	480	31	8	0
	18.03.	24	15.03.	49	18.02.	57				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	11.03.	33	11.03.	46	15.02.	62				
CEM I 52.5 R	15.03.	33	15.03.	45	18.02.	61	560	33	4	0
	18.03.	33	18.03.	46	22.02.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	11.03.	21	11.03.	33	11.02.	51				
CEM I 42.5 R	15.03.	21	15.03.	33	15.02.	51	410	28	4	0
	18.03.	20	18.03.	33	18.02.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	11.03.	13	08.03.	41	11.02.	63				
CEM III/A 52,5 L	15.03.	13	11.03.	42	15.02.	61	510	42	2	40
	18.03.	12	15.03.	41	18.02.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	14.03.	12	09.03.	40	16.02.	56				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	16.03.	13	14.03.	40	21.02.	55	450	33	14	18
	21.03.	13	16.03.	41	23.02.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	14.03.	23	07.03.	53	14.02.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	16.03.	22	09.03.	53	16.02.	62	480	30	9	0
	21.03.	22	14.03.	53	21.02.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	14.03.	30	14.03.	44	16.02.	68				
CEM I 52.5 R	16.03.	31	16.03.	45	21.02.	69	540	30	4	0
	21.03.	30	21.03.	44	23.02.	68				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	09.03.	30	07.03.	48	14.02.	56				
CEM I 42.5 N - SR3	14.03.	30	09.03.	49	16.02.	56	360	22	4	0
	16.03.	29	14.03.	48	21.02.	57				

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
28.02.	56 %	10.02.	96 %
03.03.	56 %	14.02.	94 %
07.03.	55 %	17.02.	95 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

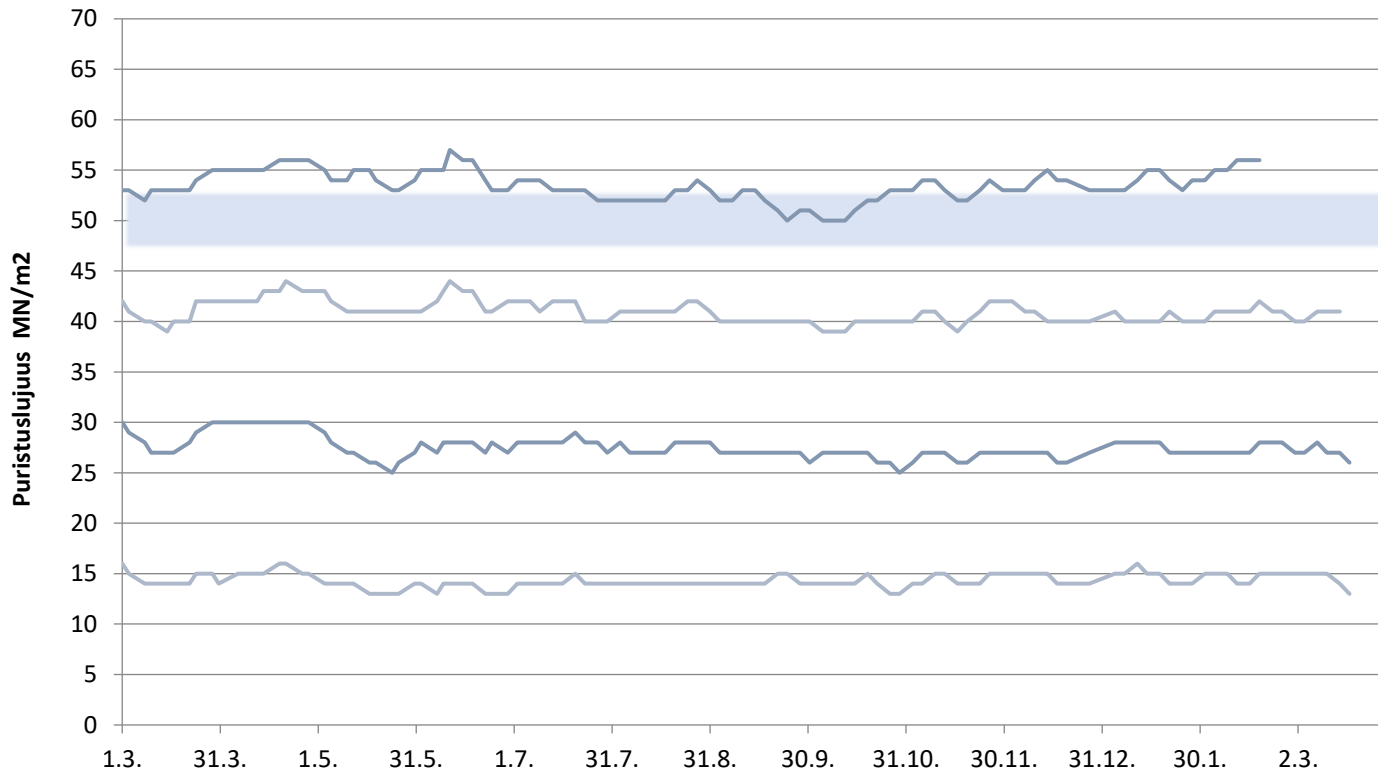


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

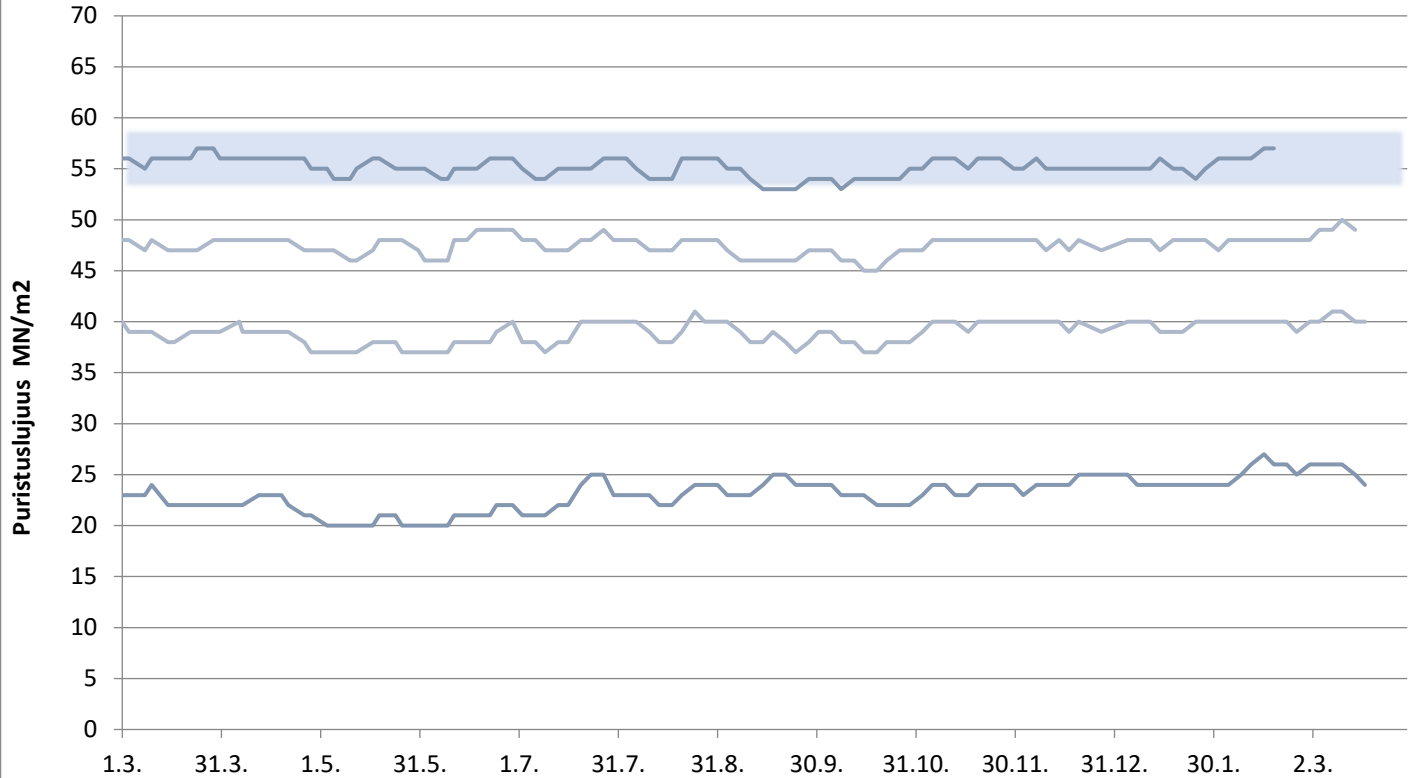


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

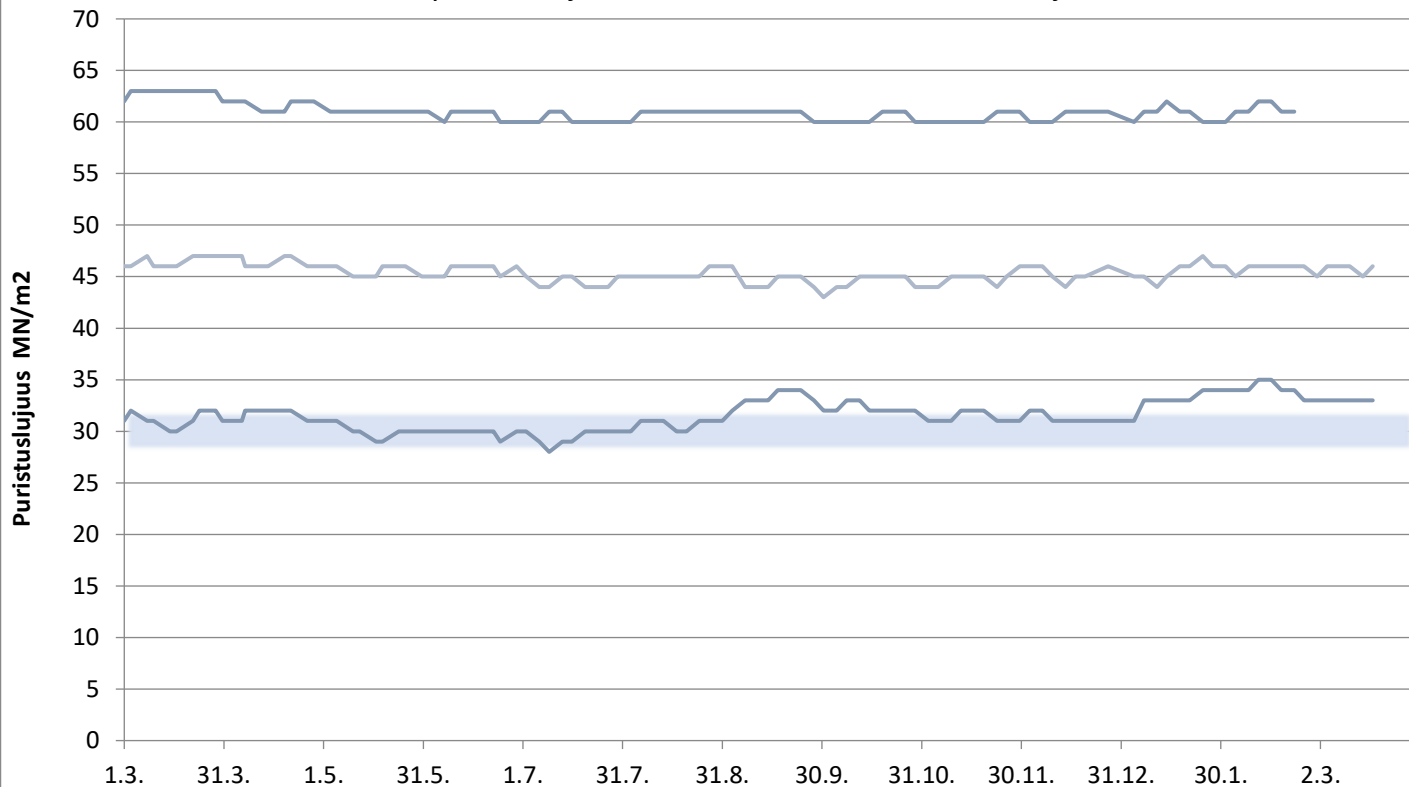


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

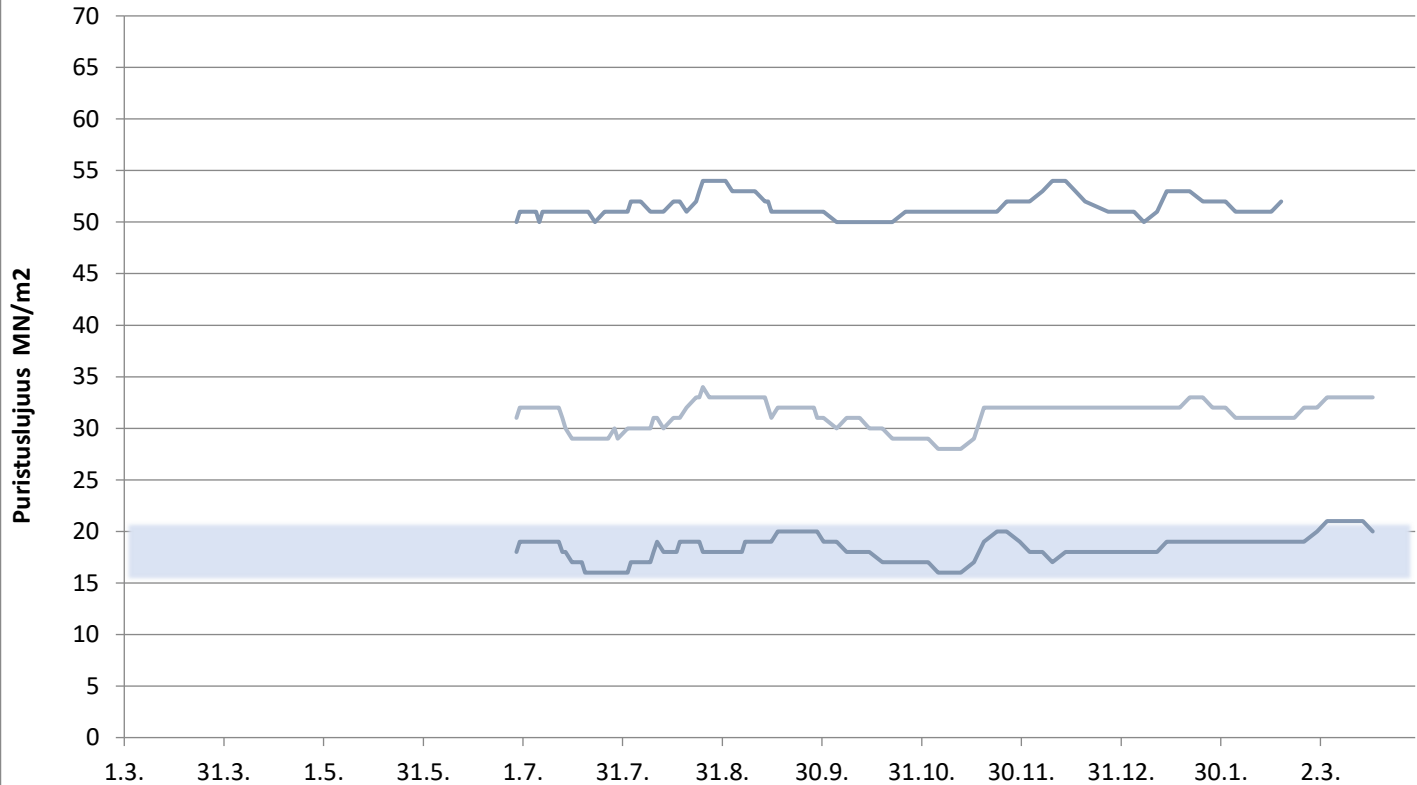


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

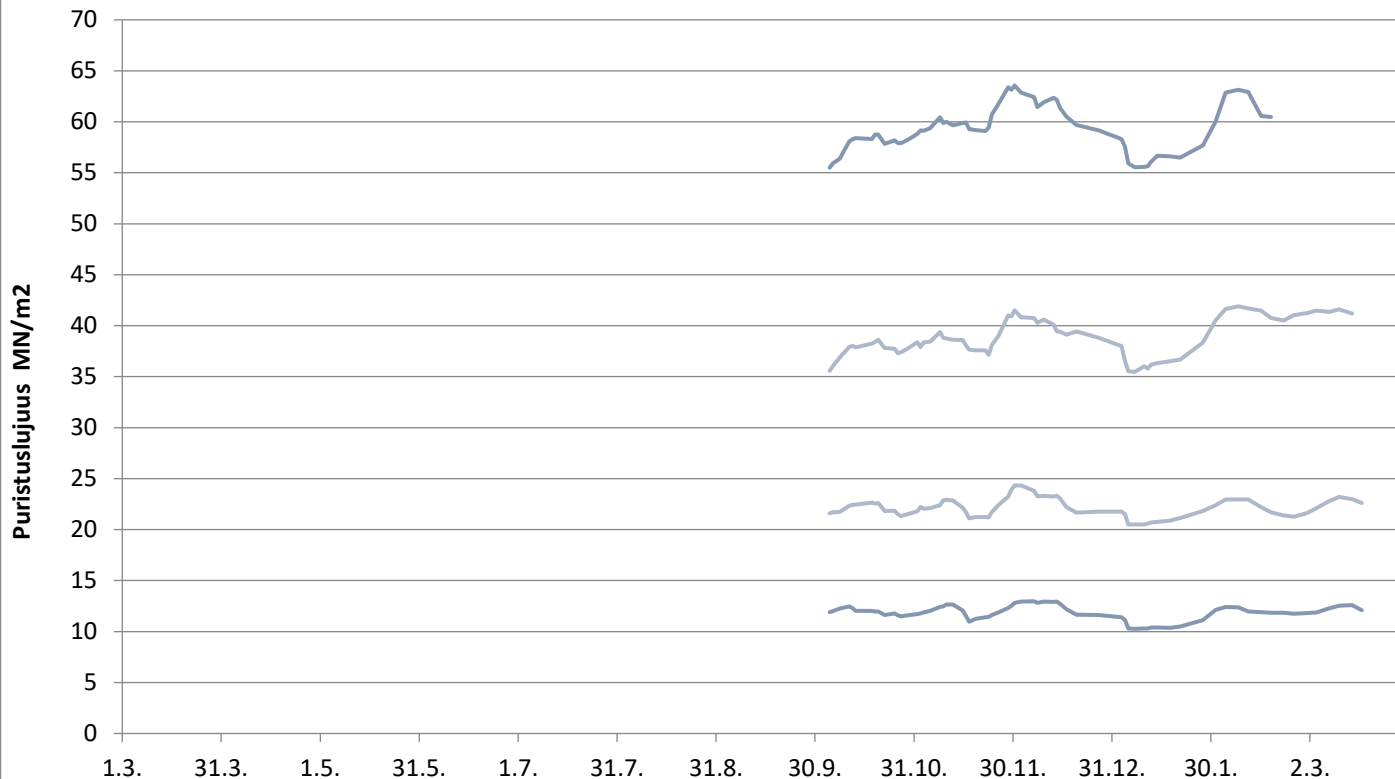


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

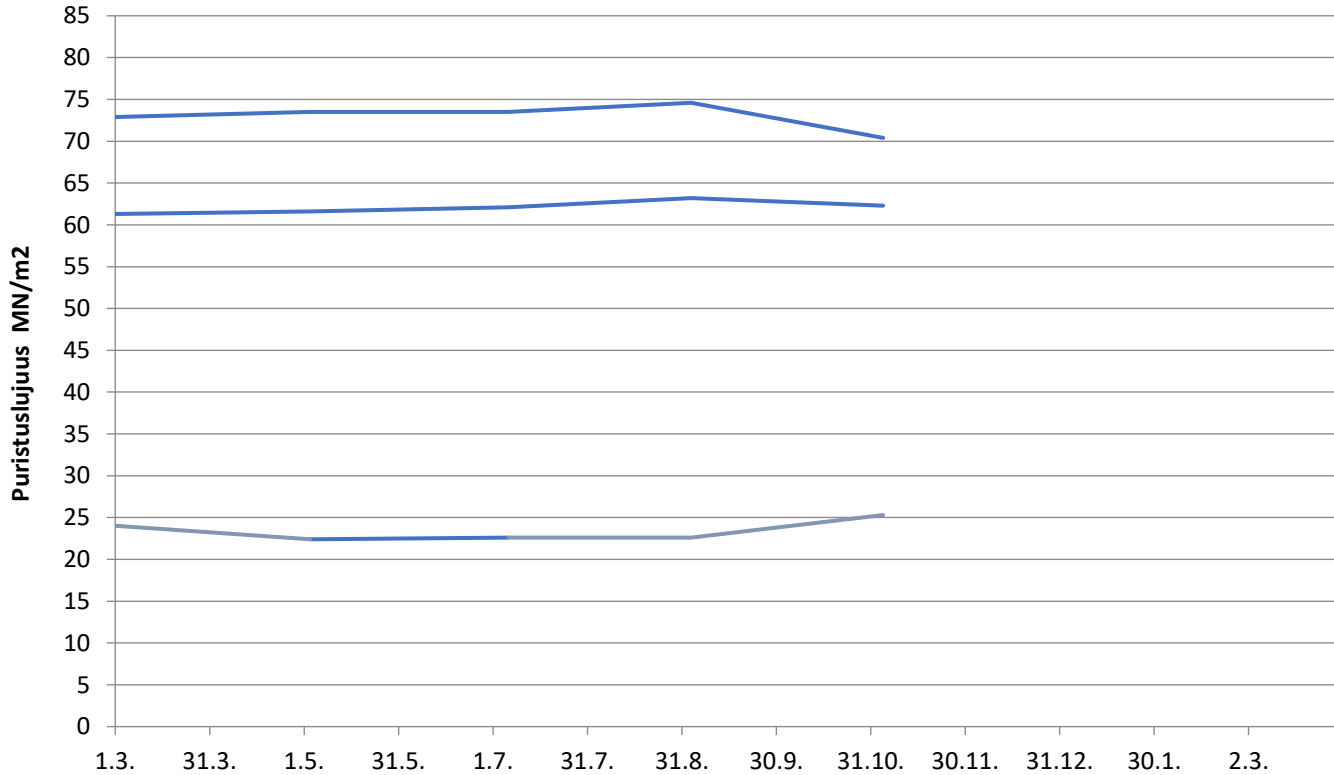

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

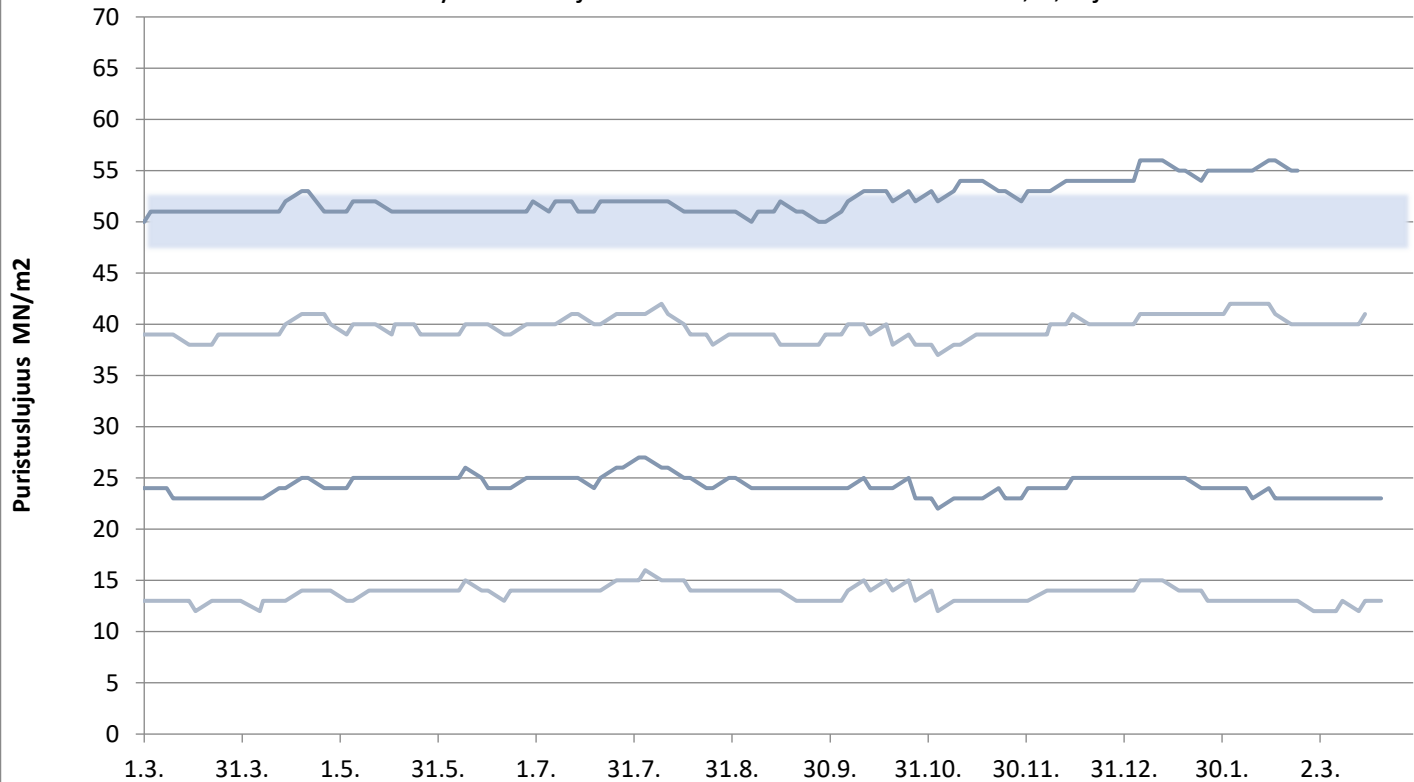

päivitetty 24.3.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

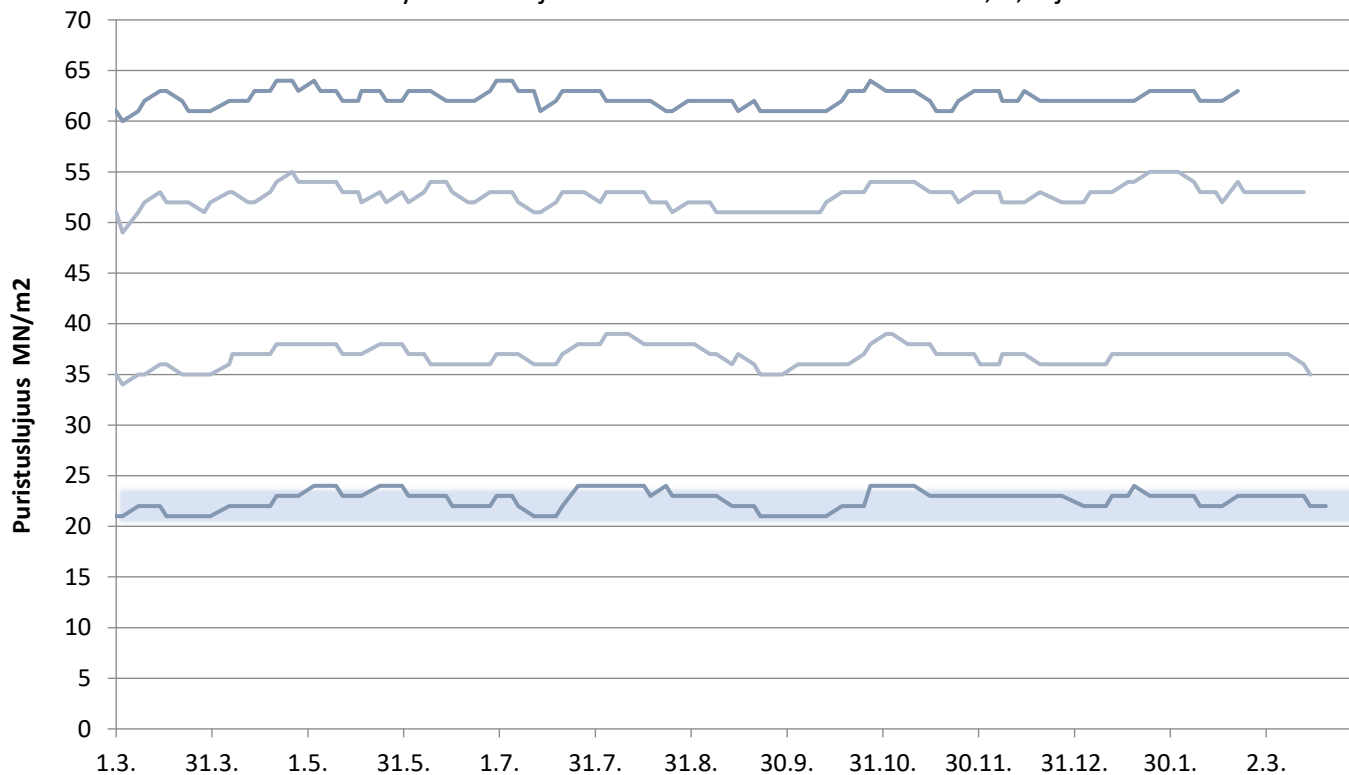


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

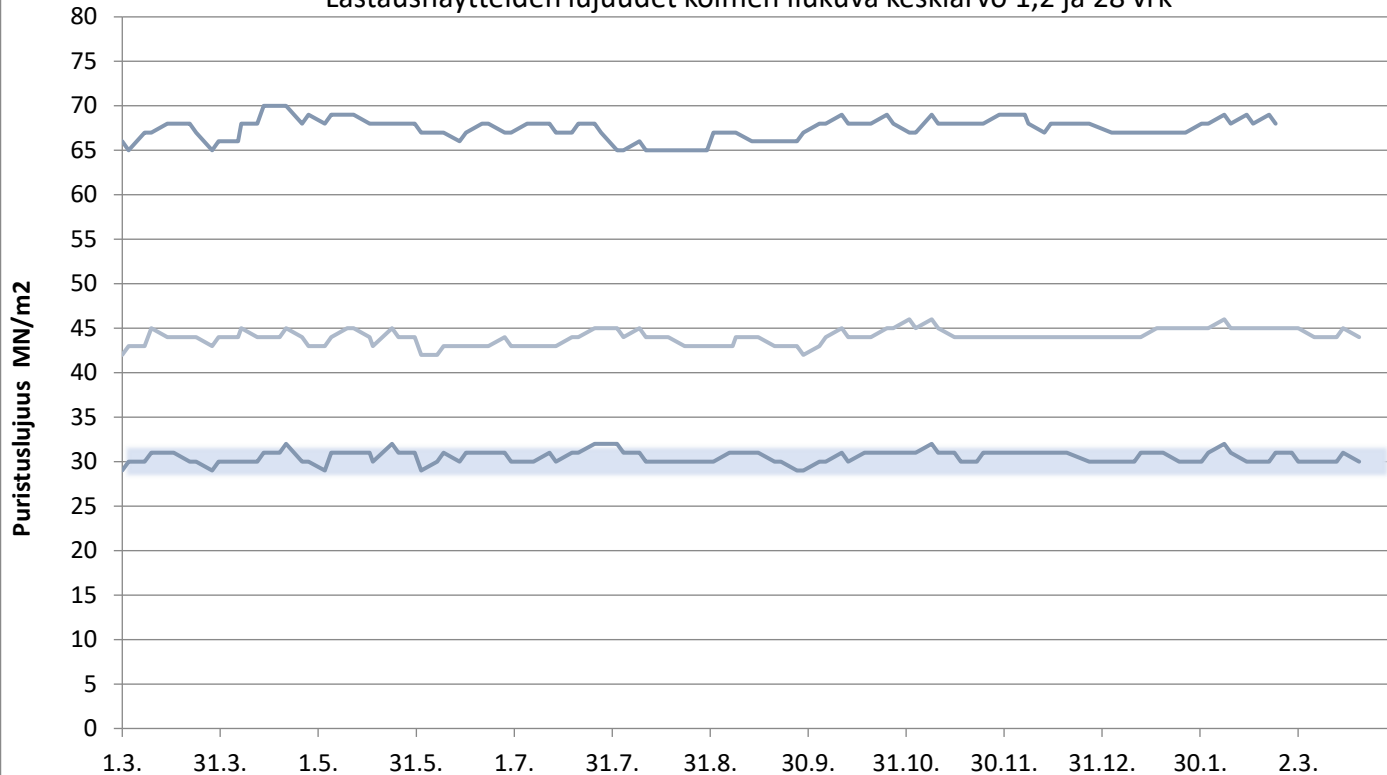


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

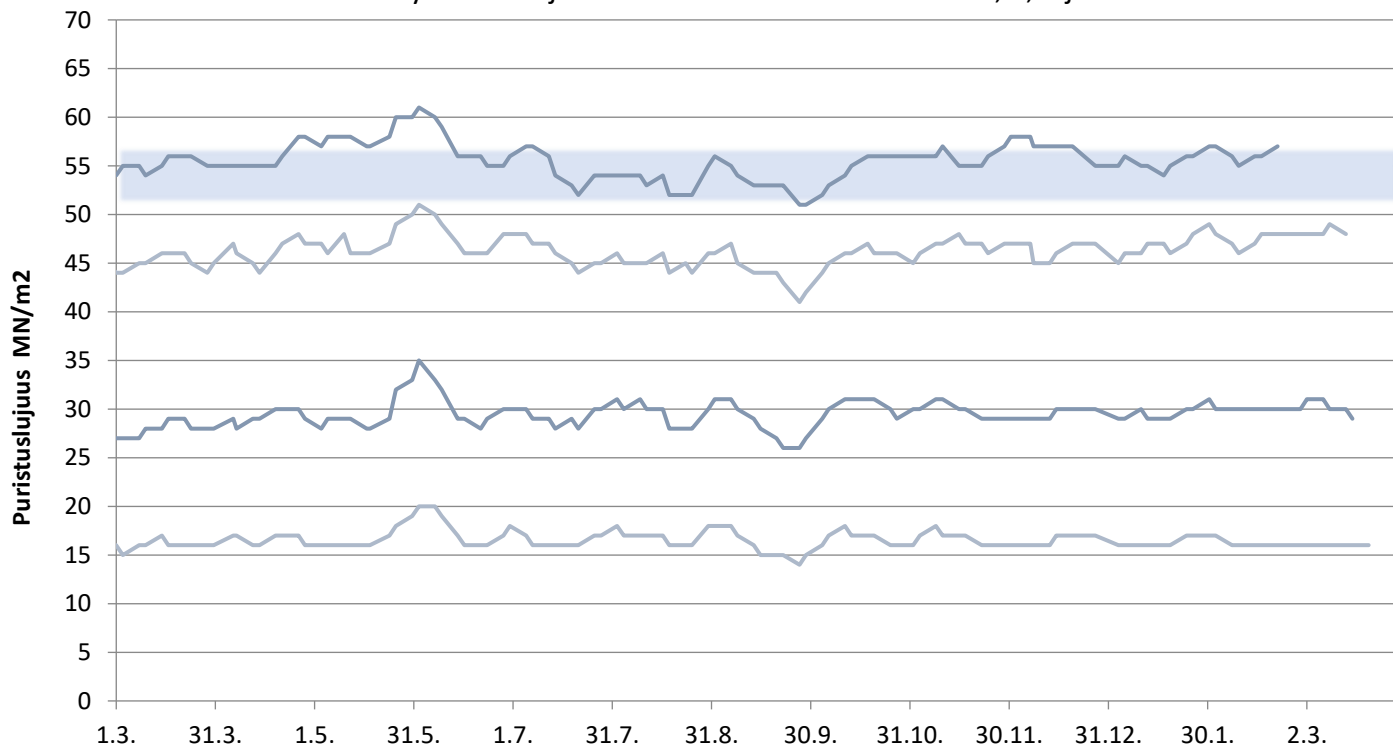


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

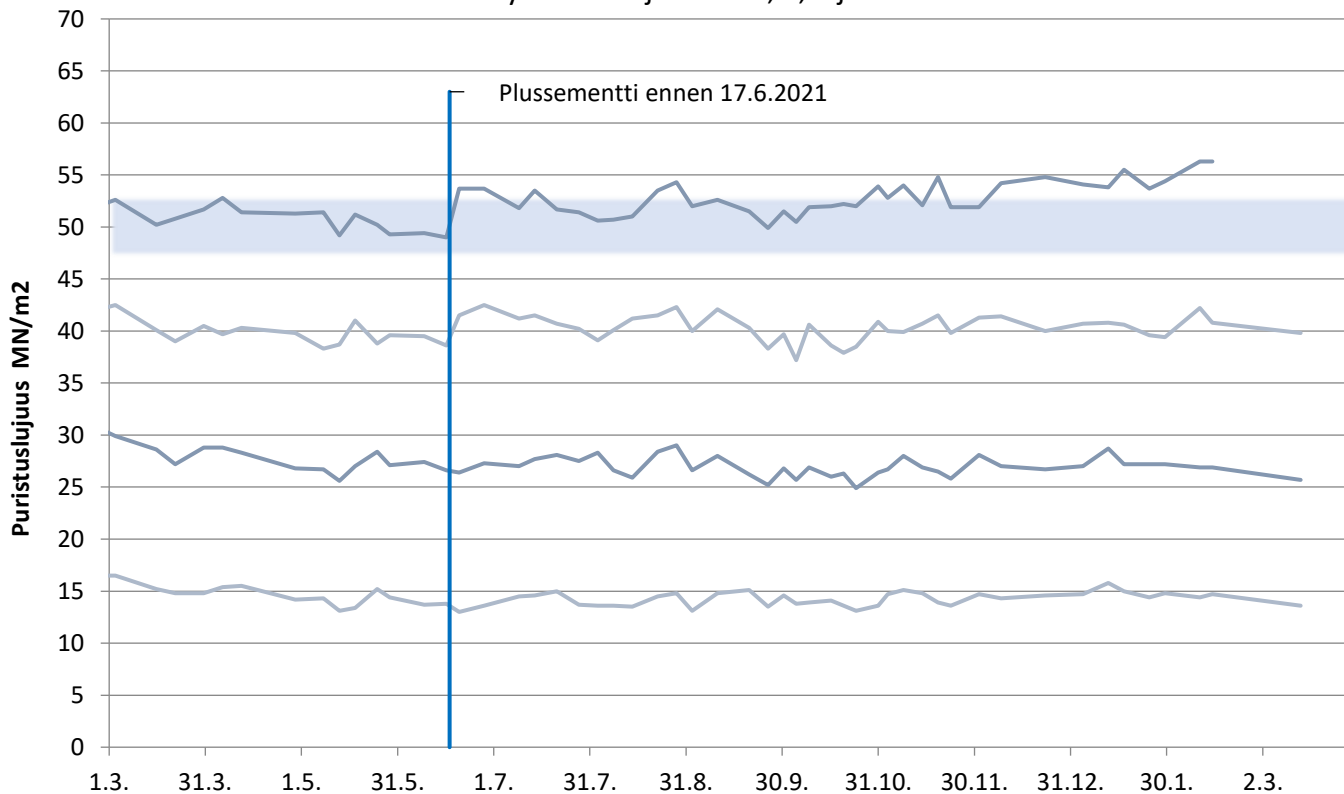


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

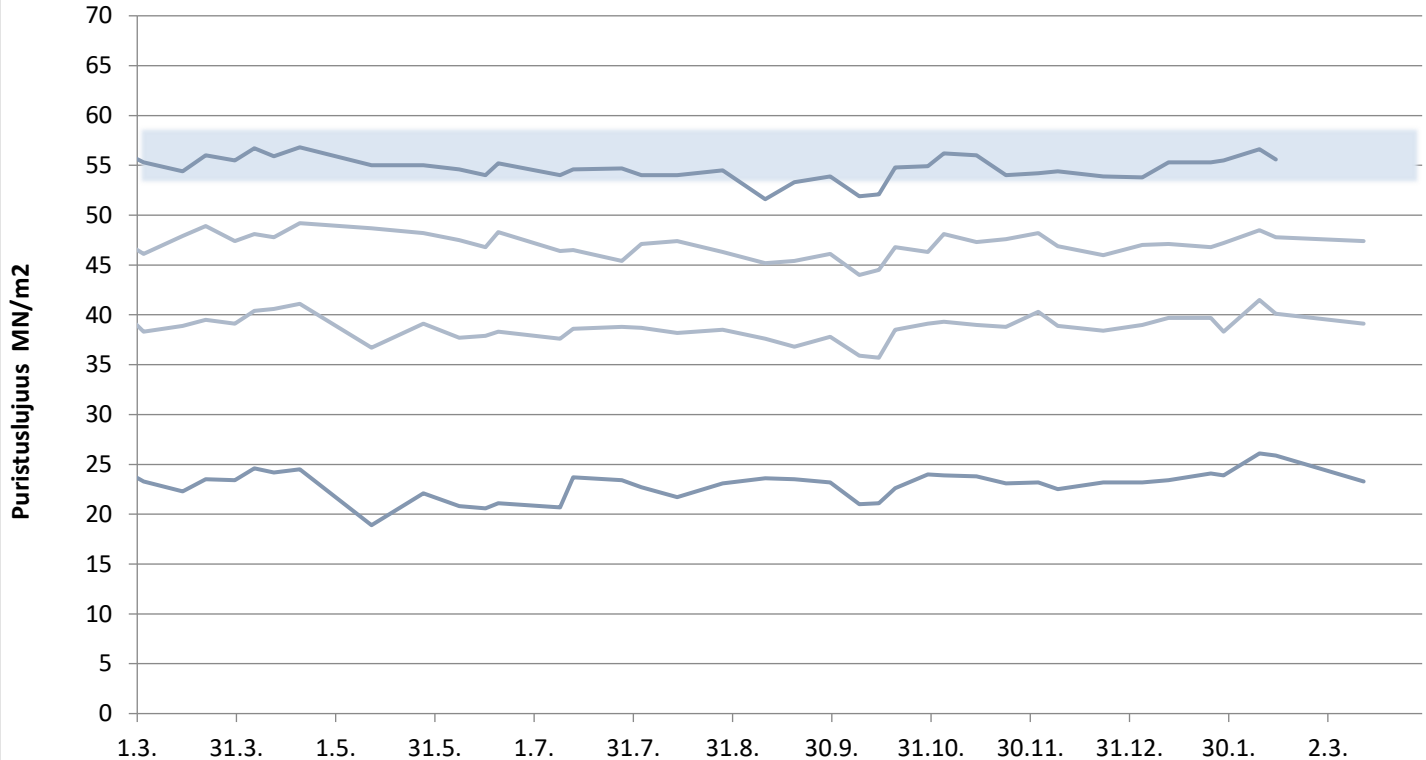


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

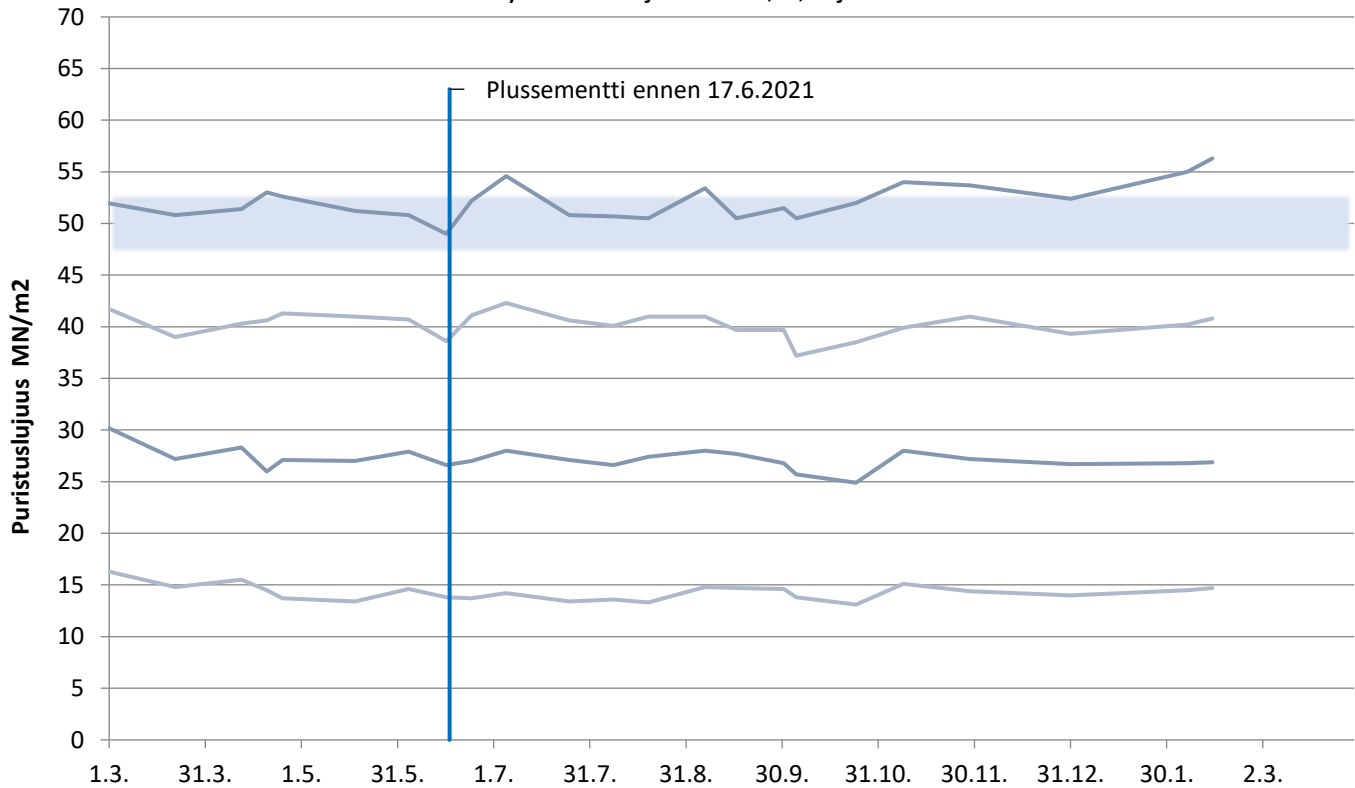


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

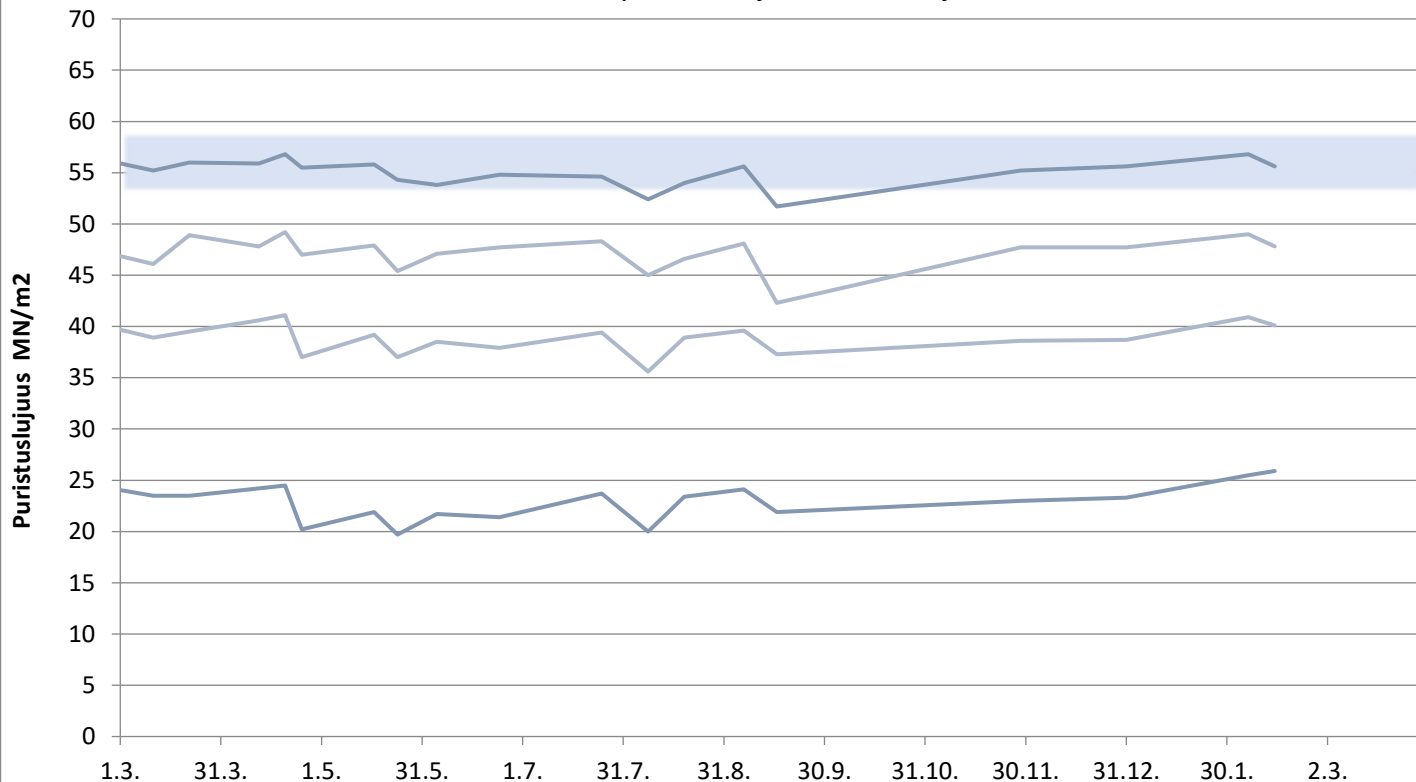


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

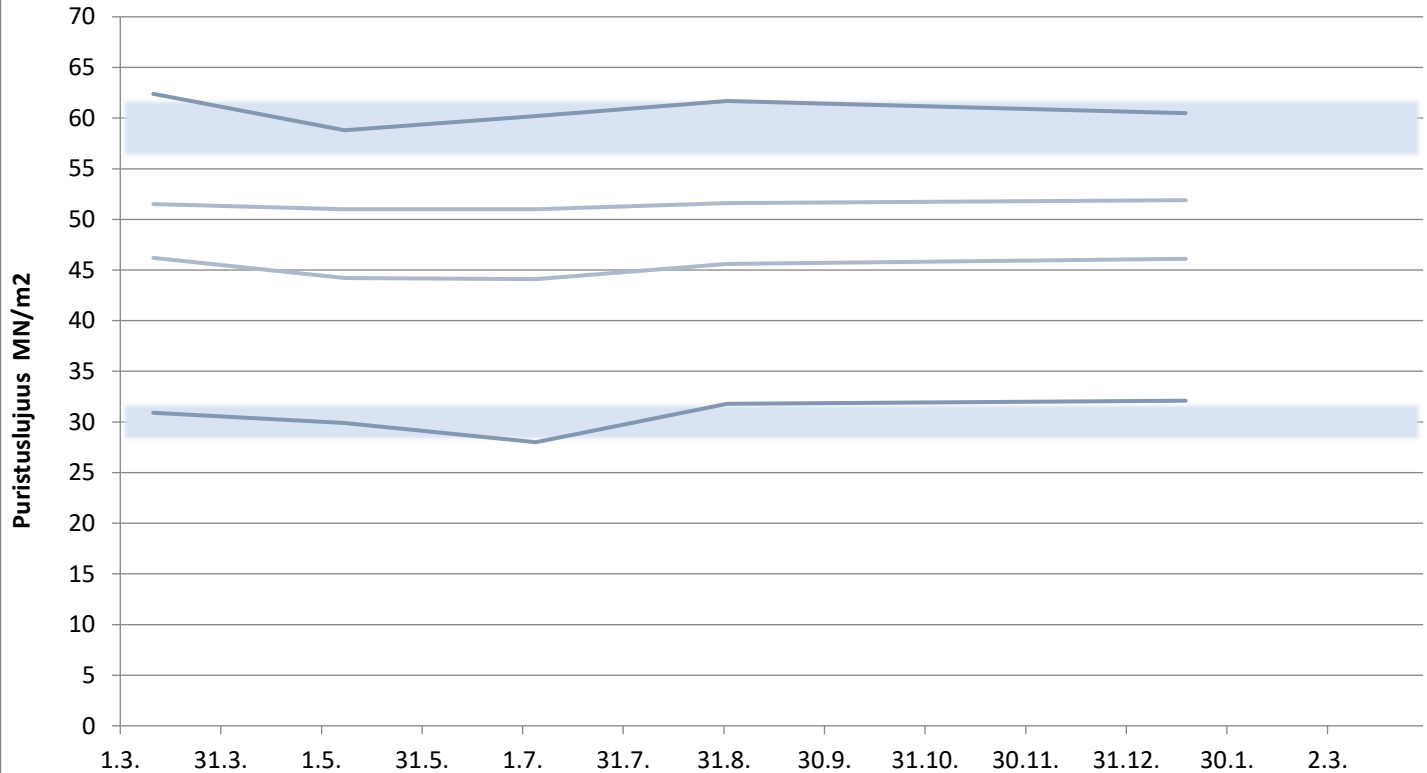

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

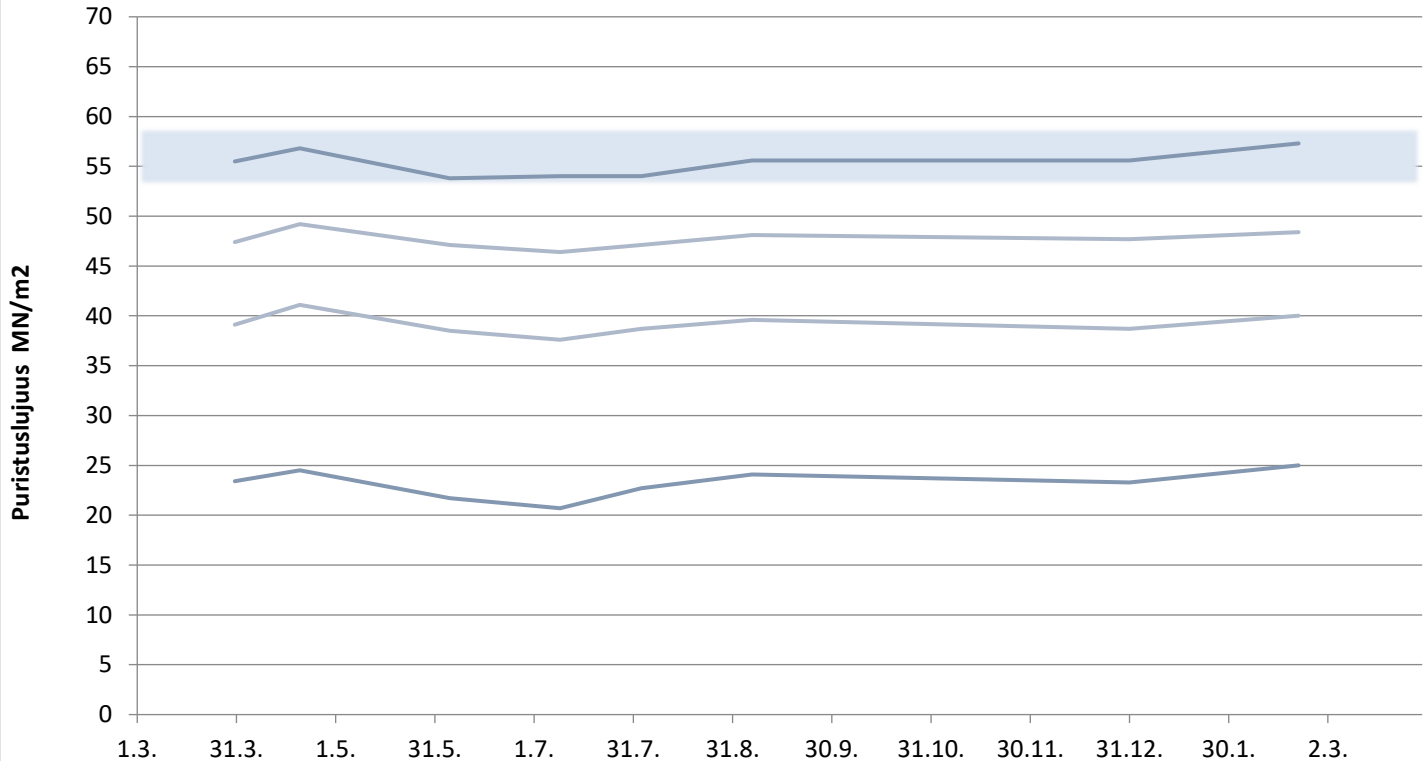

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

