

Laatuinformaatio vko 13

pvm:

31.3.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	18.03.	13	15.03.	41	18.02.	56				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	22.03.	13	18.03.	40	22.02.	55	440	35	11	19
	25.03.	13	22.03.	41	25.02.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	18.03.	24	15.03.	49	18.02.	57				
CEM II/A-LL 42.5 R	22.03.	23	18.03.	49	22.02.	57	470	31	8	0
	25.03.	23	22.03.	49	25.02.	57				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	18.03.	33	18.03.	46	18.02.	61				
CEM I 52.5 R	22.03.	33	22.03.	47	22.02.	61	550	33	4	0
	25.03.	33	25.03.	47	25.02.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	18.03.	20	18.03.	33	18.02.	52				
CEM I 42.5 R	22.03.	20	22.03.	33	22.02.	53	400	28	4	0
	25.03.	20	25.03.	33	25.02.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	18.03.	12	15.03.	41	18.02.	60				
CEM III/A 52,5 L	22.03.	12	18.03.	41	22.02.	61	480	42	2	40
	25.03.	12	22.03.	40	25.02.	63				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	21.03.	13	16.03.	41	23.02.	55				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	23.03.	14	21.03.	41	28.02.	54	450	33	14	18
	28.03.	13	23.03.	42	02.03.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	21.03.	22	14.03.	53	21.02.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	23.03.	22	16.03.	52	23.02.	62	480	30	9	0
	28.03.	22	21.03.	54	28.02.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	21.03.	30	21.03.	44	23.02.	68				
CEM I 52.5 R	23.03.	30	23.03.	44	28.02.	68	540	30	4	0
	28.03.	29	28.03.	44	02.03.	68				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	16.03.	29	14.03.	48	21.02.	57				
CEM I 42.5 N - SR3	21.03.	29	16.03.	48	23.02.	57	360	22	4	0
	23.03.	29	21.03.	47	28.02.	58				

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
07.03.	55 %	17.02.	95 %
10.03.	57 %	21.02.	95 %
14.03.	56 %	24.02.	97 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

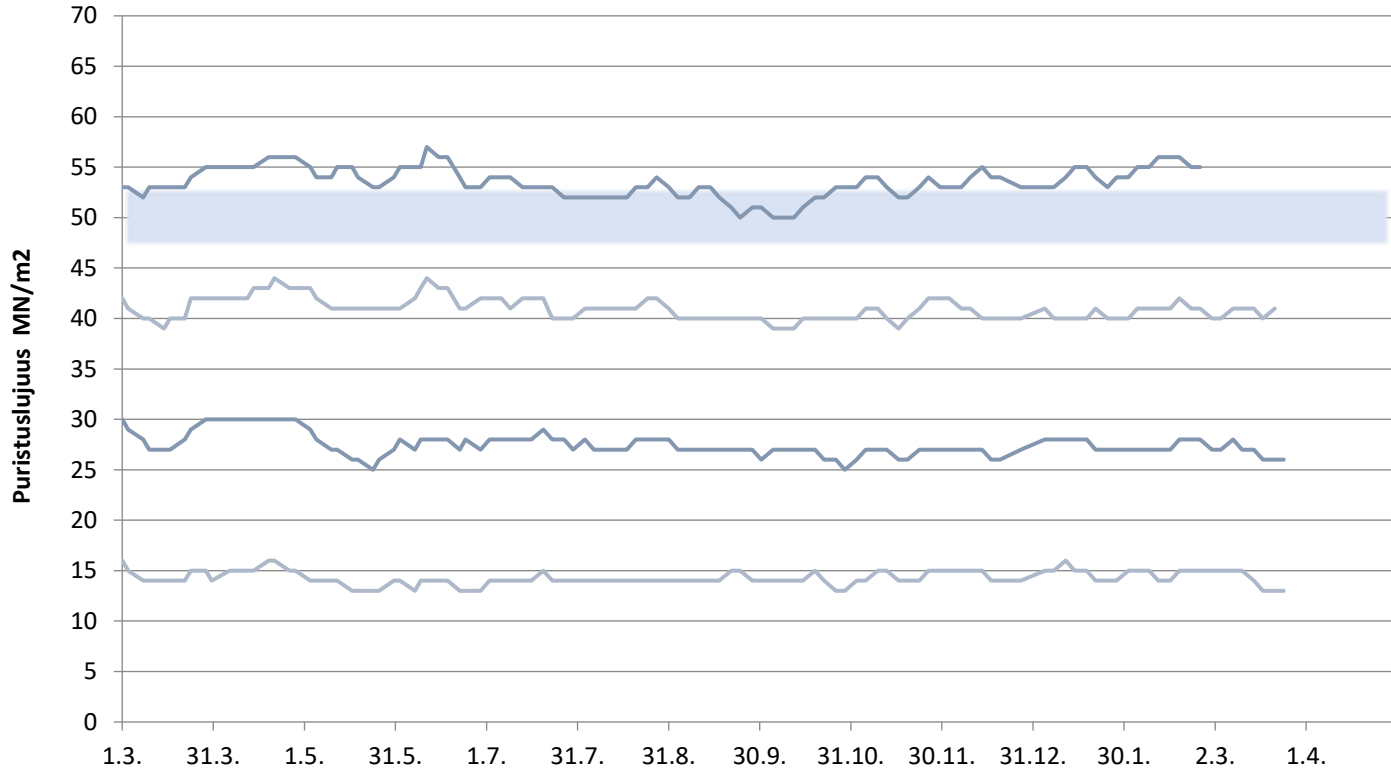


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

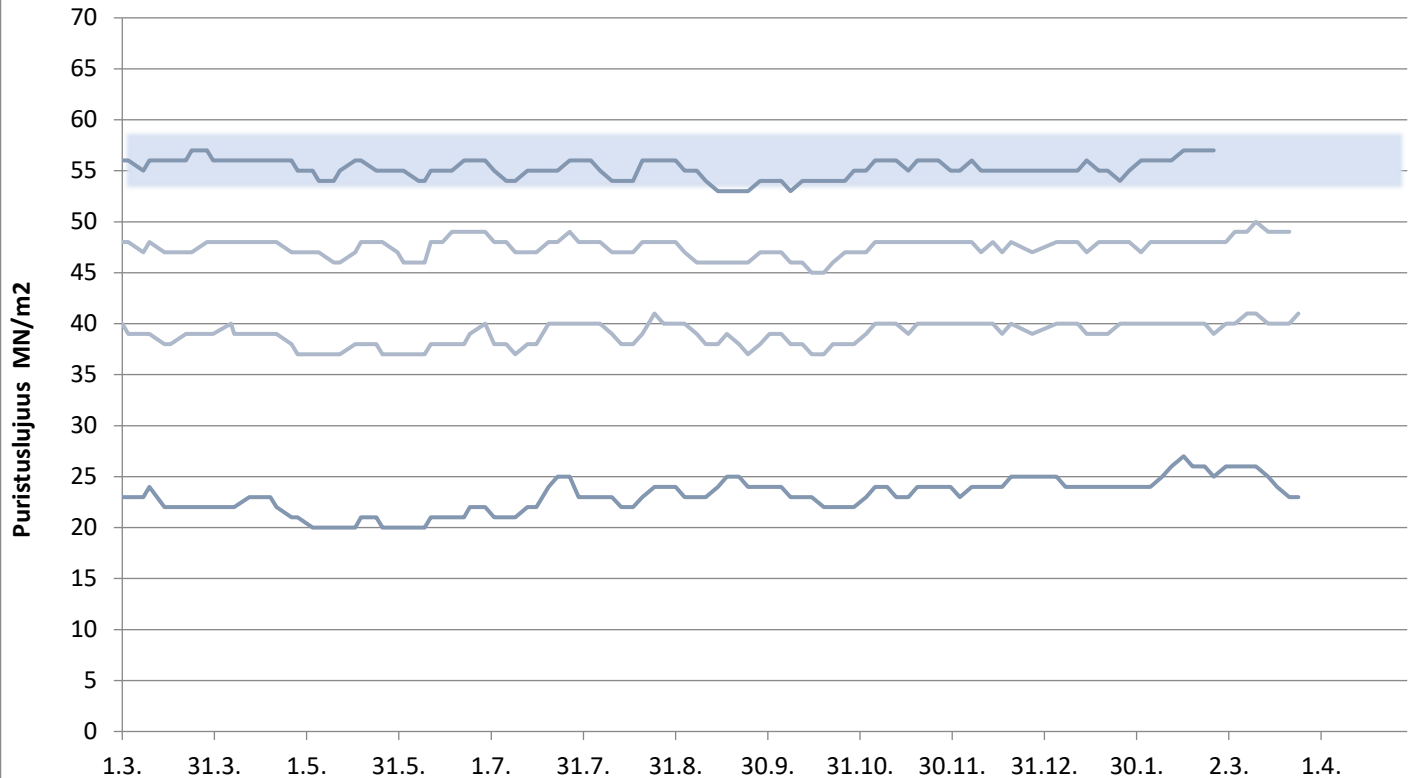


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

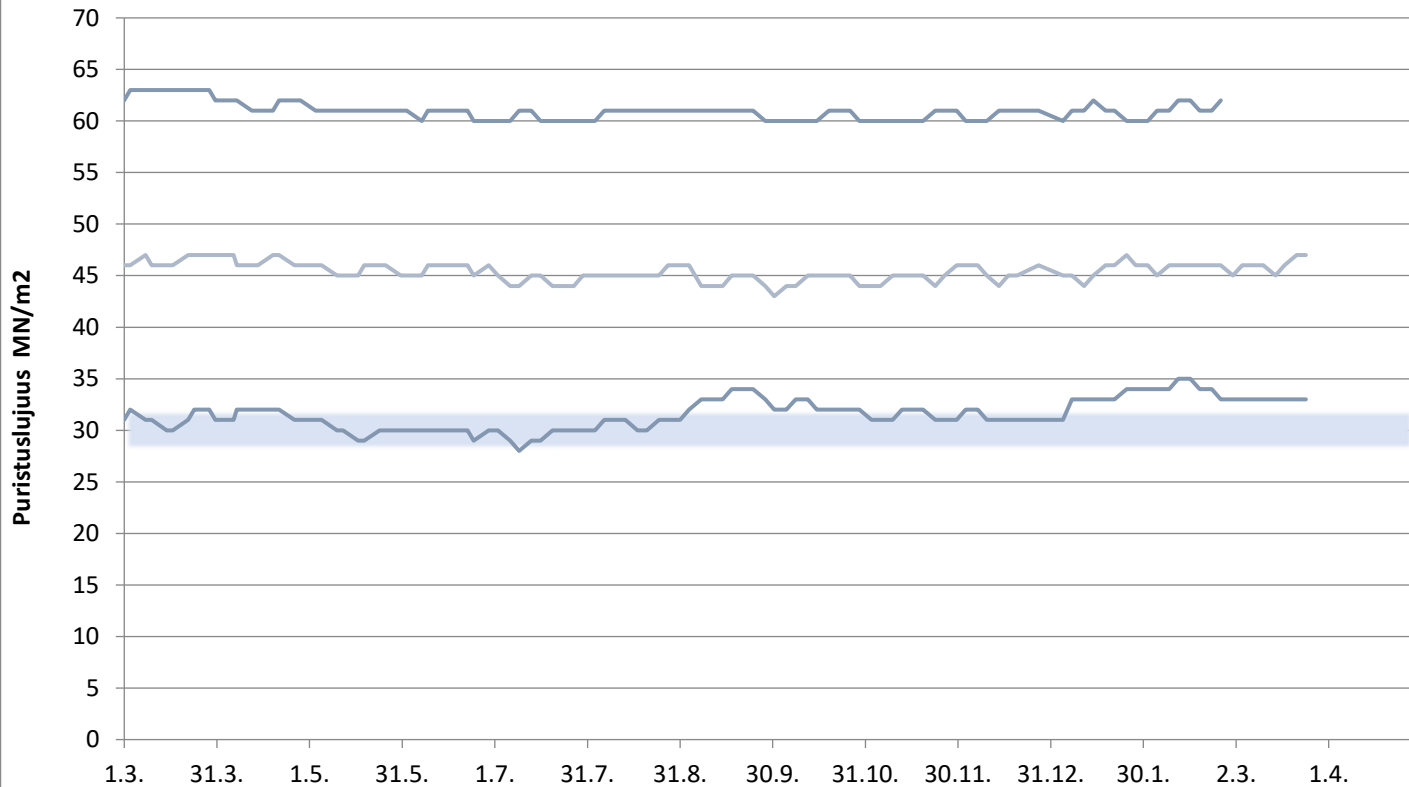


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

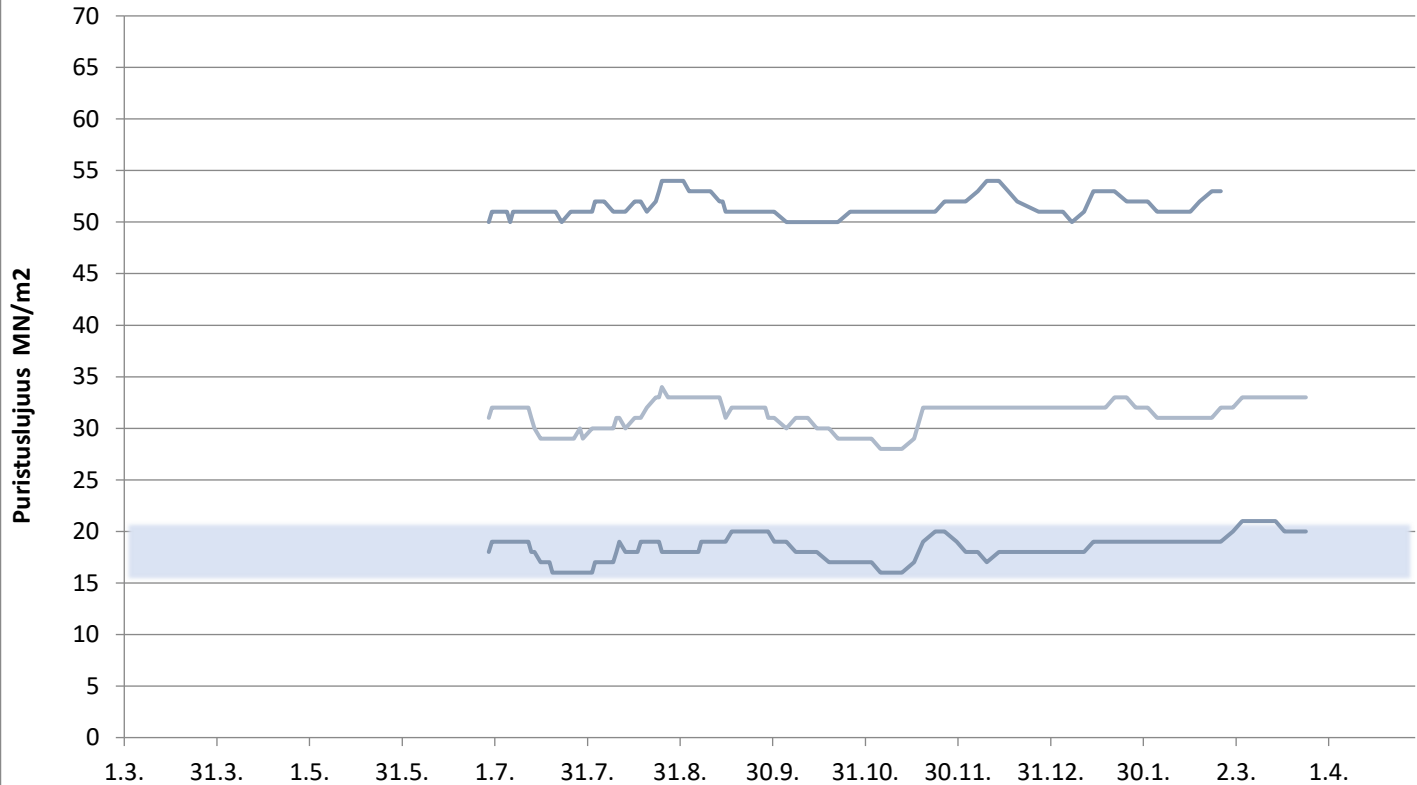


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

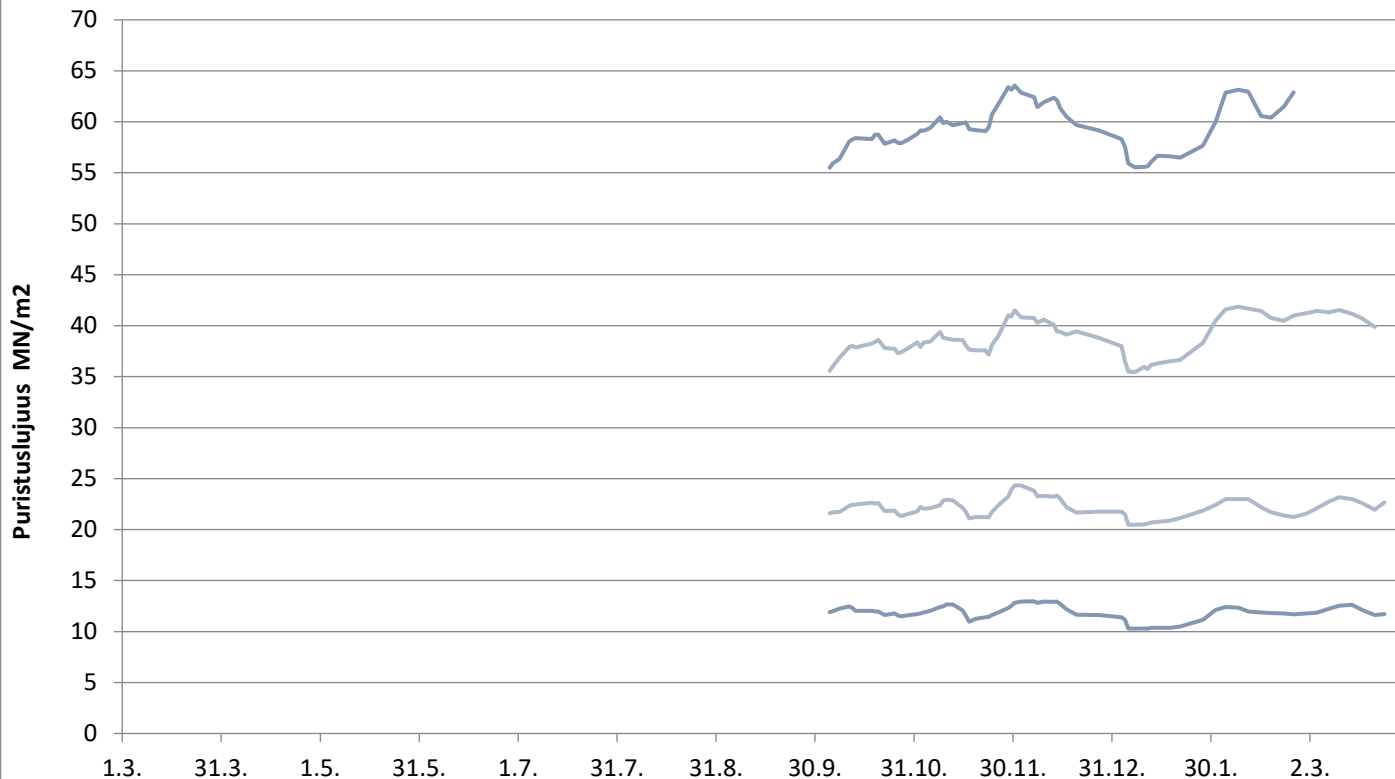


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

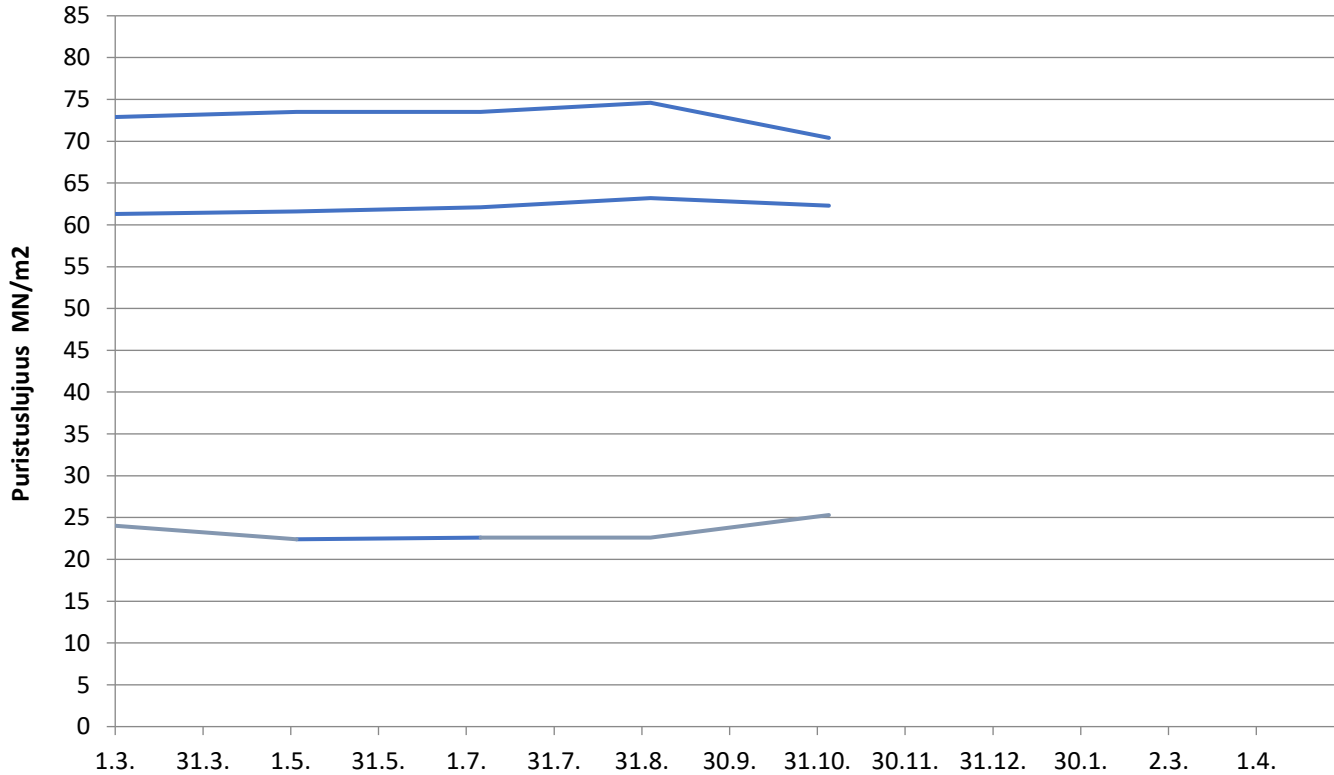

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

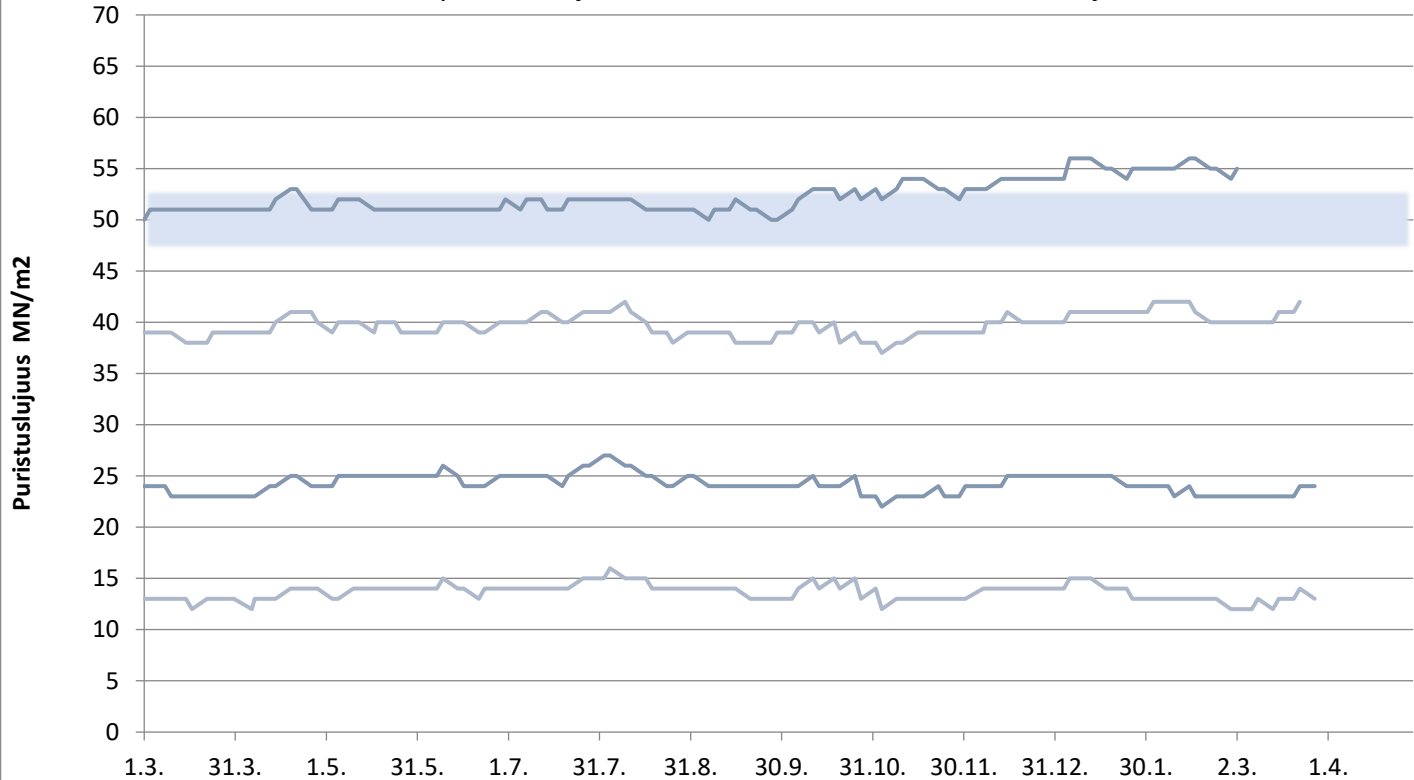

päivitetty 31.3.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

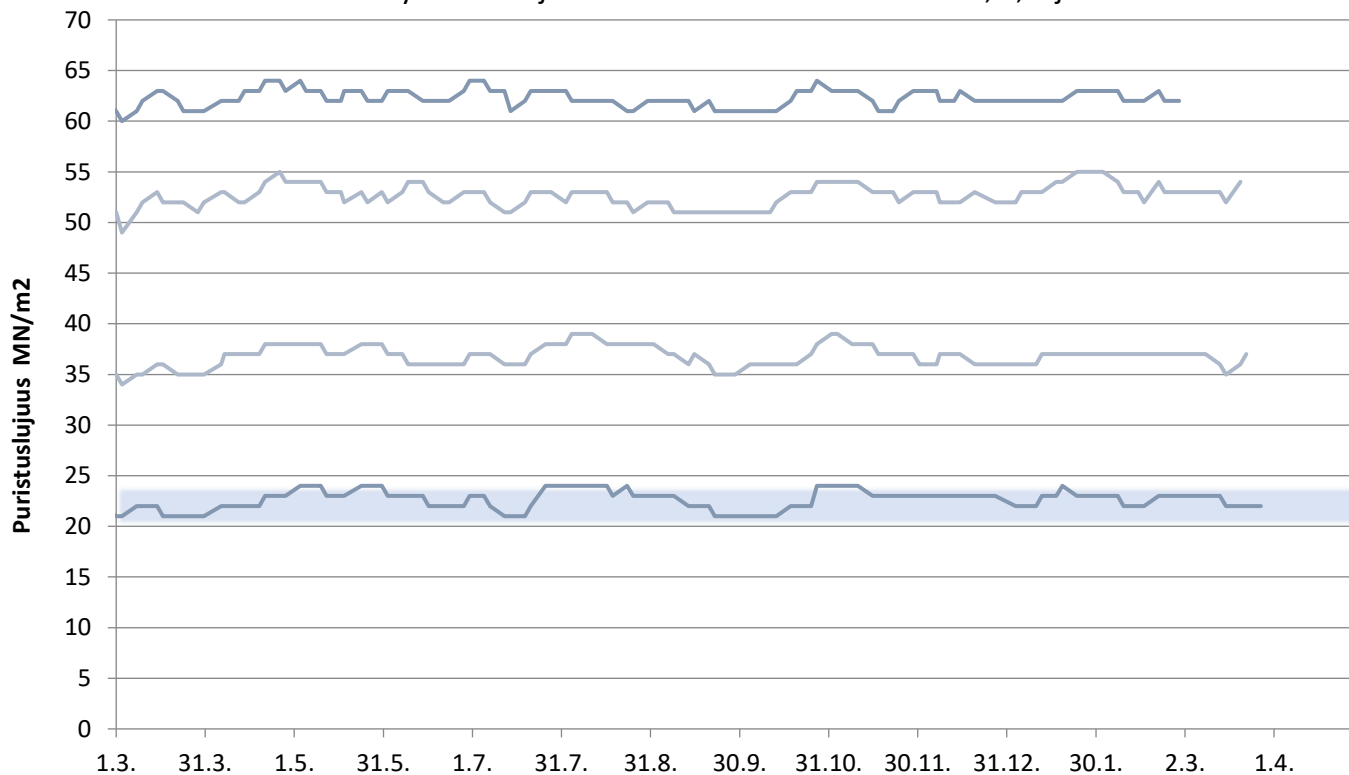


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

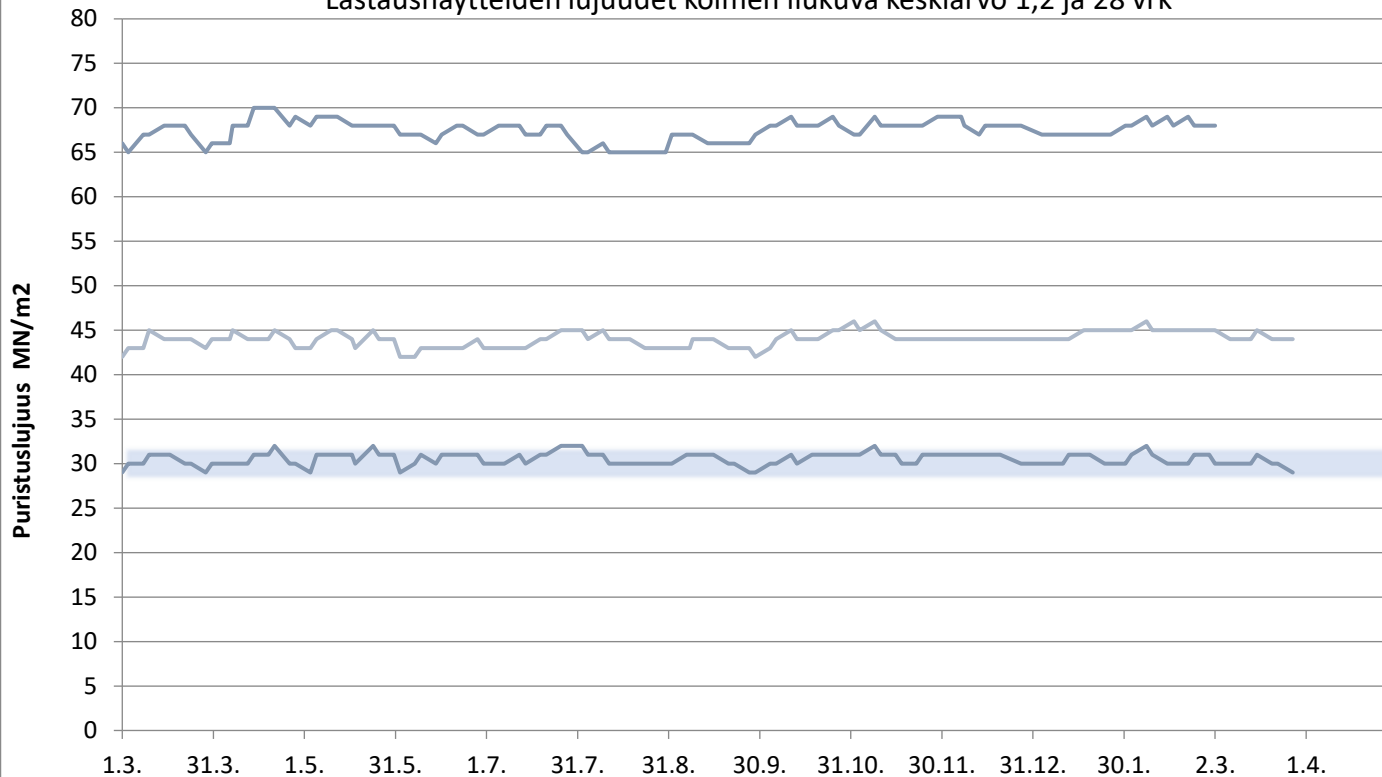


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

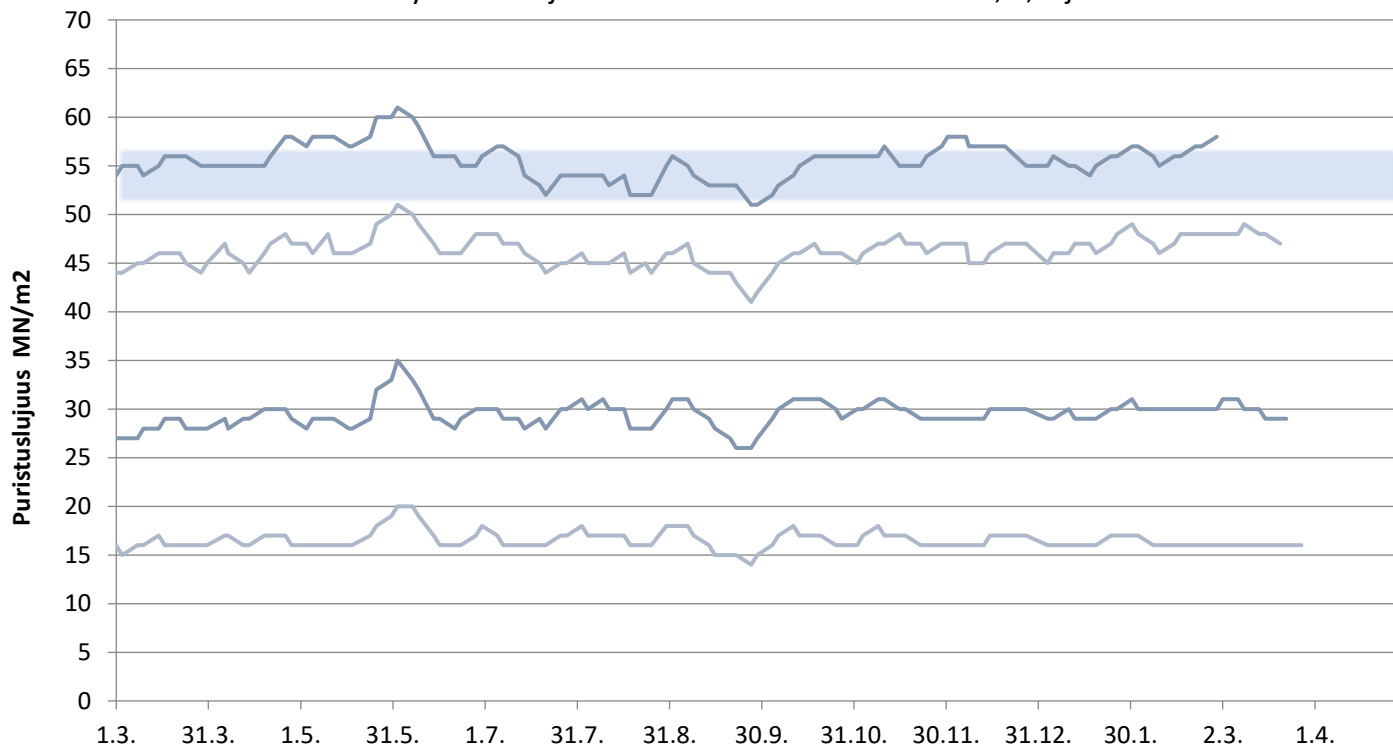

Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

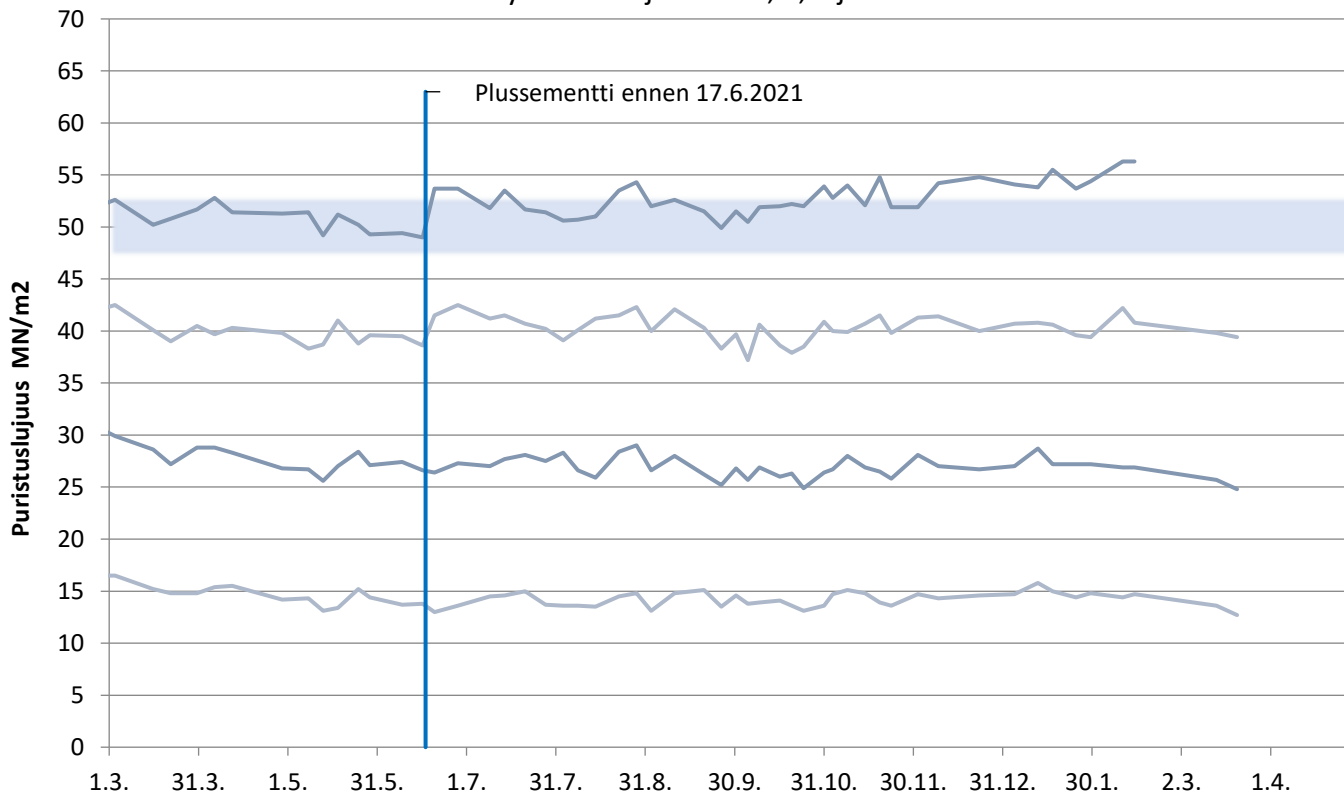


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 31.3.2022


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

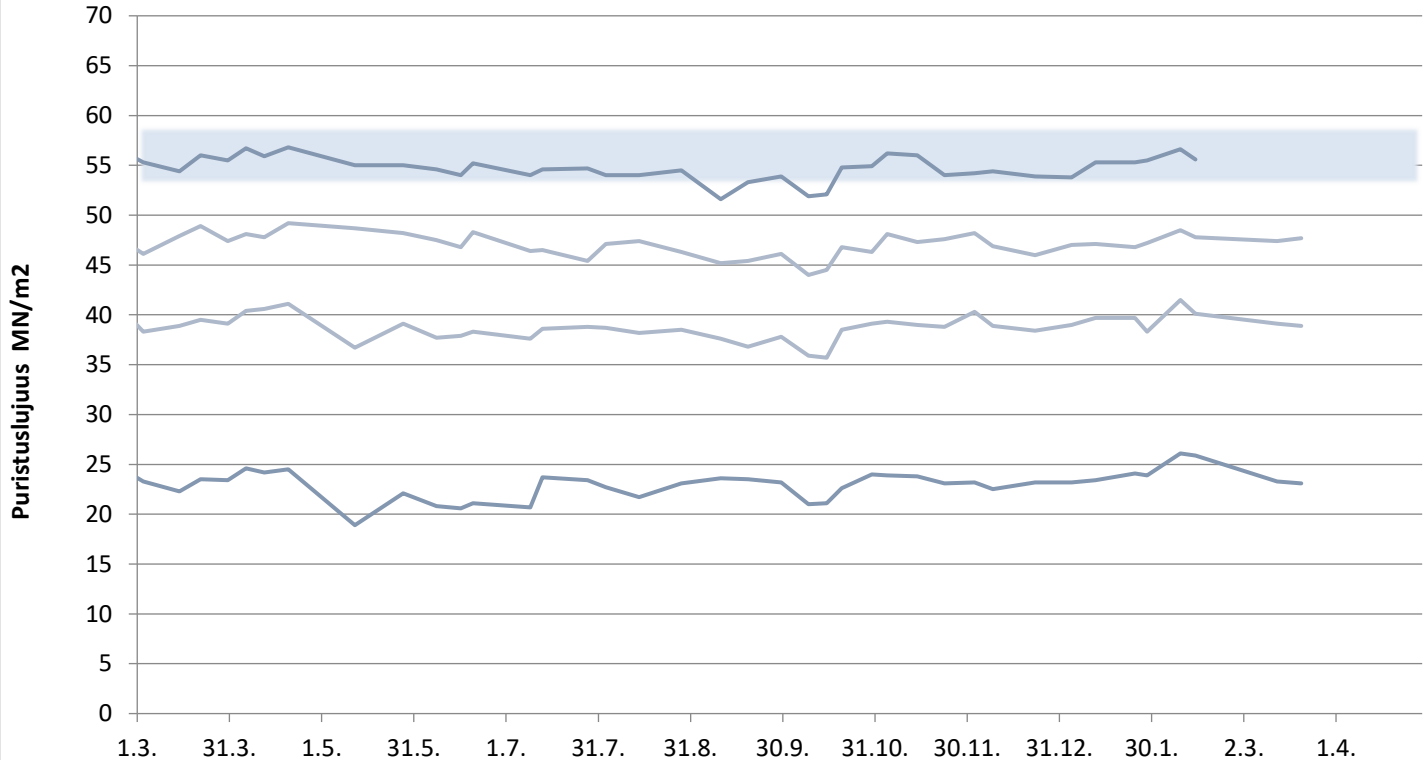


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

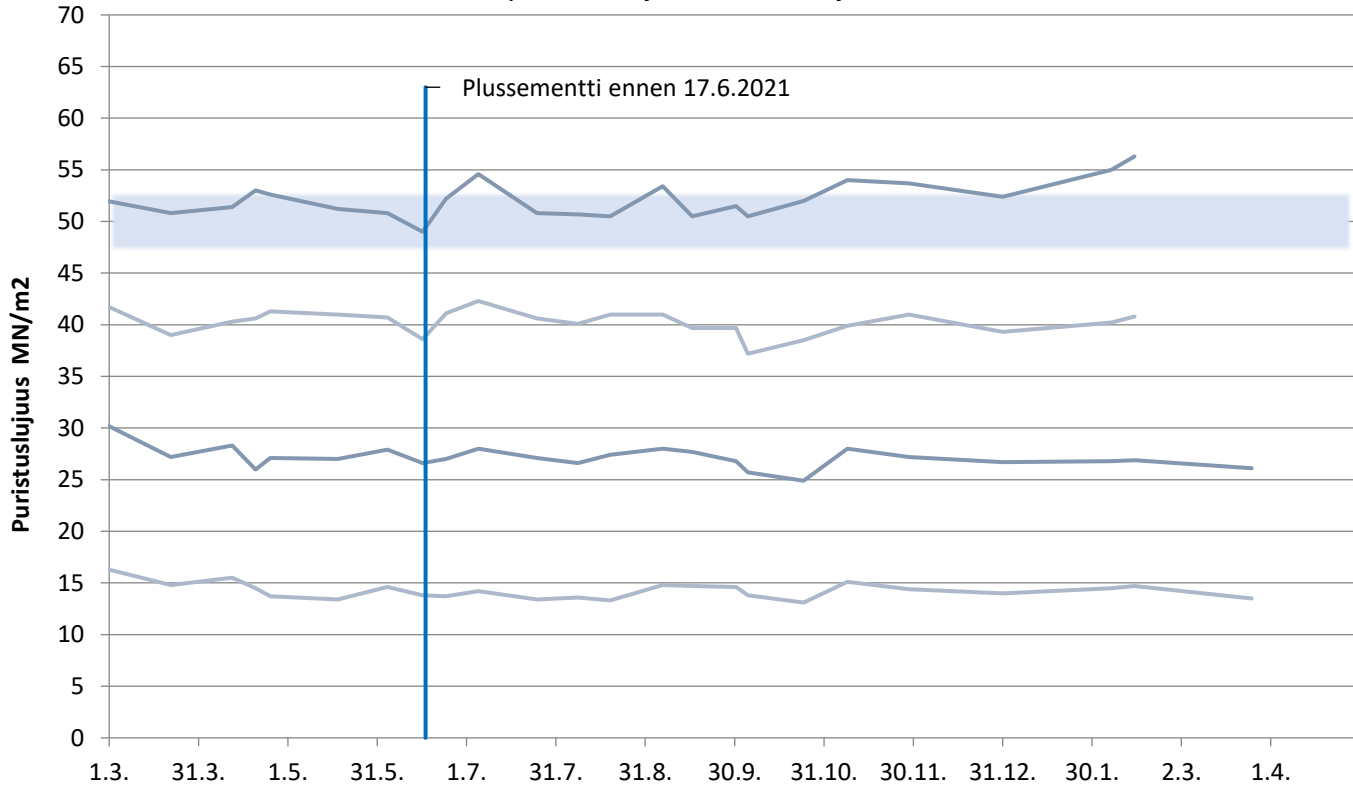


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

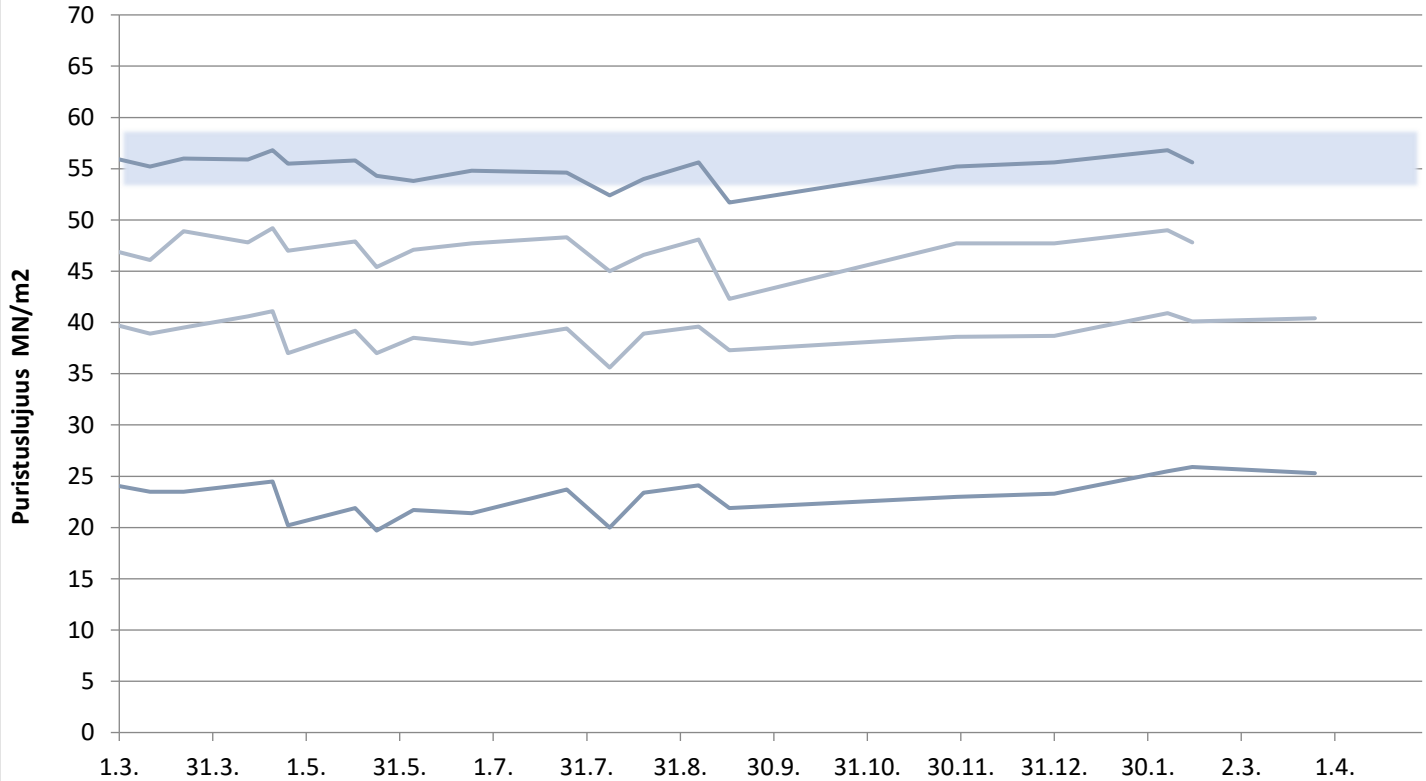


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

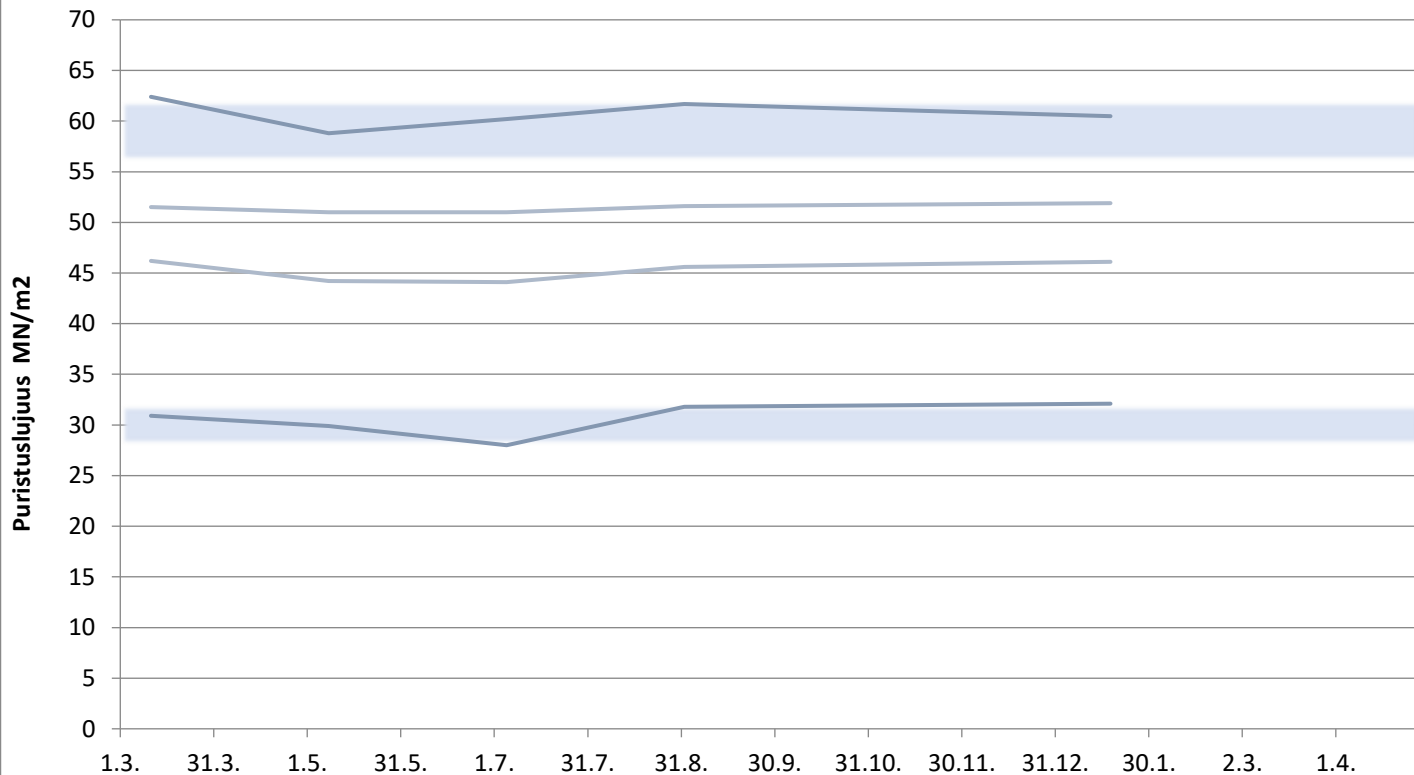

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäyttöiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

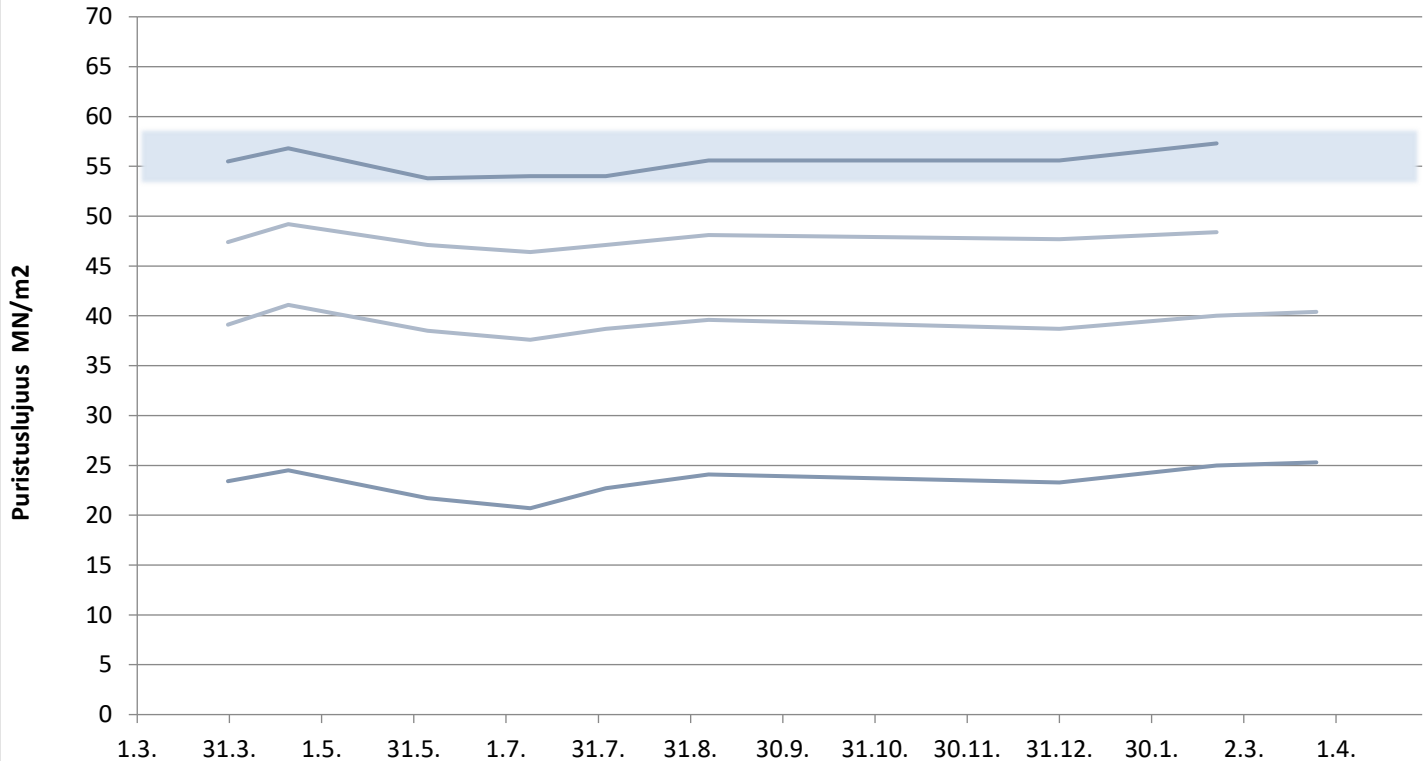

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

