

Laatuinformaatio vko 14

pvm:

7.4.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	25.03.	13	22.03.	41	25.02.	55				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	29.03.	14	25.03.	40	01.03.	55	440	35	11	19
	01.04.	14	29.03.	41	04.03.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	25.03.	23	22.03.	49	25.02.	57				
CEM II/A-LL 42.5 R	29.03.	24	25.03.	49	01.03.	58	470	31	8	0
	01.04.	23	29.03.	50	04.03.	58				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	25.03.	33	25.03.	47	25.02.	62				
CEM I 52.5 R	29.03.	34	29.03.	47	01.03.	63	550	33	4	0
	01.04.	33	01.04.	47	04.03.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	25.03.	20	25.03.	33	25.02.	53				
CEM I 42.5 R	29.03.	19	29.03.	32	01.03.	53	400	28	4	0
	01.04.	18	01.04.	32	04.03.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	25.03.	12	22.03.	40	25.02.	63				
CEM III/A 52,5 L	29.03.	12	25.03.	41	01.03.	62	460	42	2	40
	01.04.	13	29.03.	42	04.03.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	28.03.	13	23.03.	42	02.03.	55				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	30.03.	13	28.03.	41	07.03.	55	450	33	14	18
	04.04.	13	30.03.	40	09.03.	56				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	28.03.	22	21.03.	54	28.02.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	30.03.	21	23.03.	53	02.03.	62	480	30	9	0
	04.04.	22	28.03.	53	07.03.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	28.03.	29	28.03.	44	02.03.	68				
CEM I 52.5 R	30.03.	30	30.03.	45	07.03.	69	540	30	4	0
	04.04.	30	04.04.	44	09.03.	69				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	23.03.	29	21.03.	47	28.02.	58				
CEM I 42.5 N - SR3	28.03.	29	23.03.	48	02.03.	57	380	22	4	0
	30.03.	30	28.03.	47	07.03.	57				

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
10.03.	57 %	24.02.	97 %
14.03.	56 %	28.02.	96 %
21.03.	55 %	03.03.	95 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

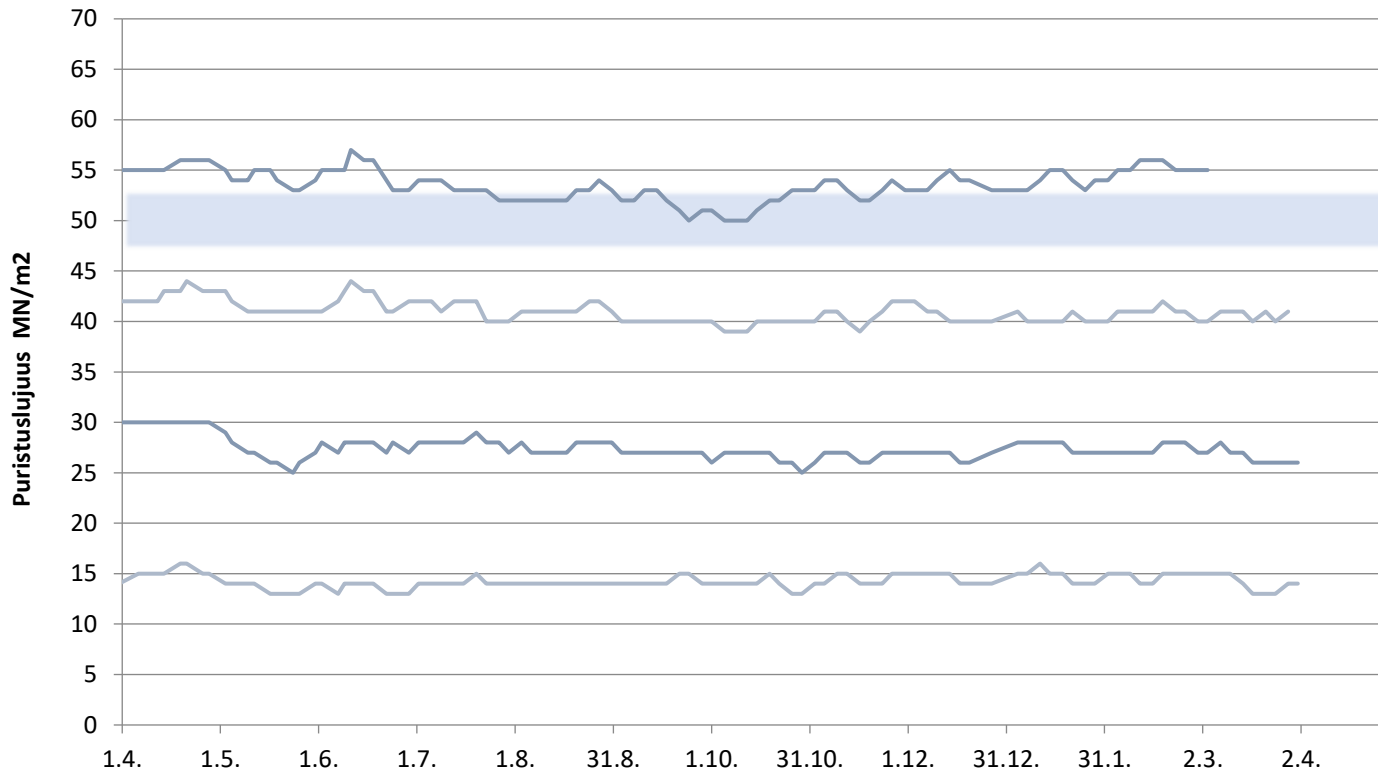


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

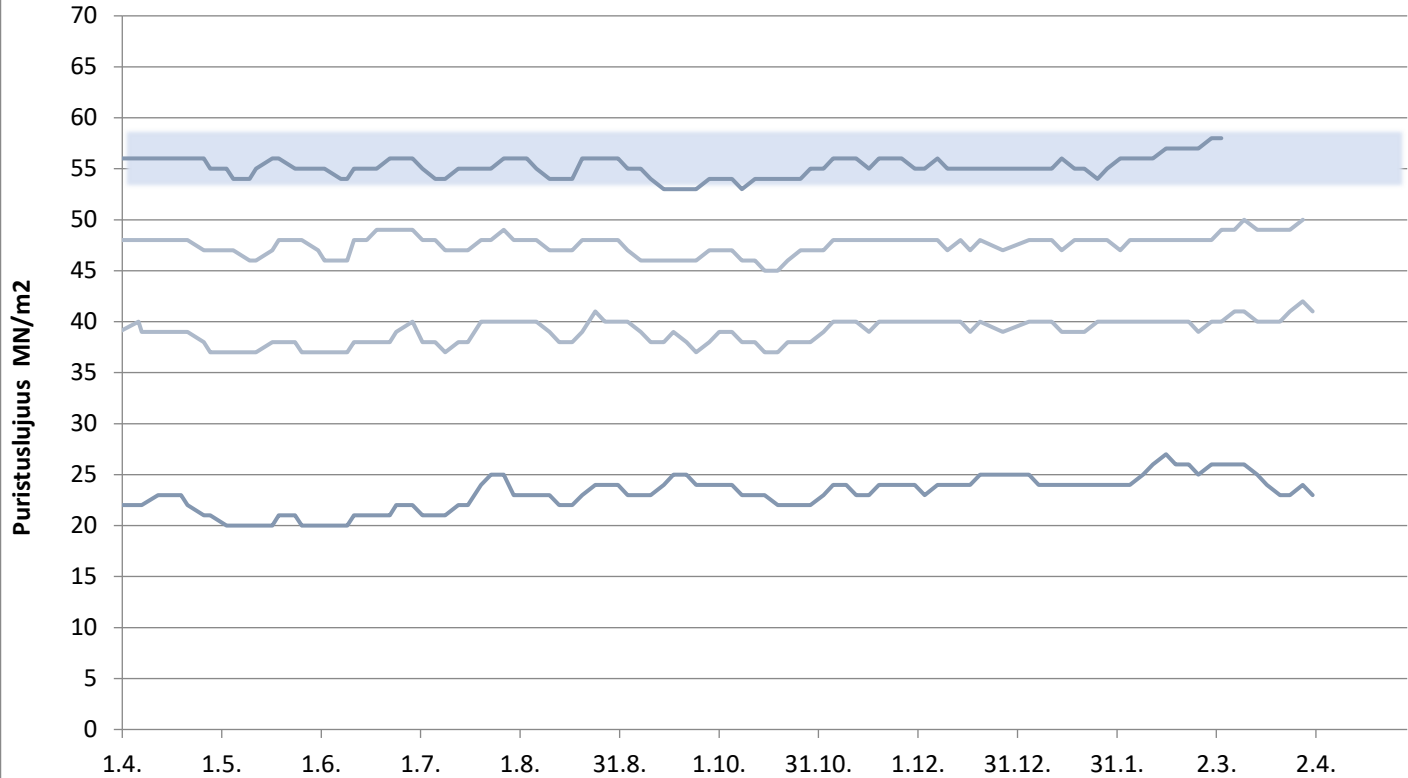


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

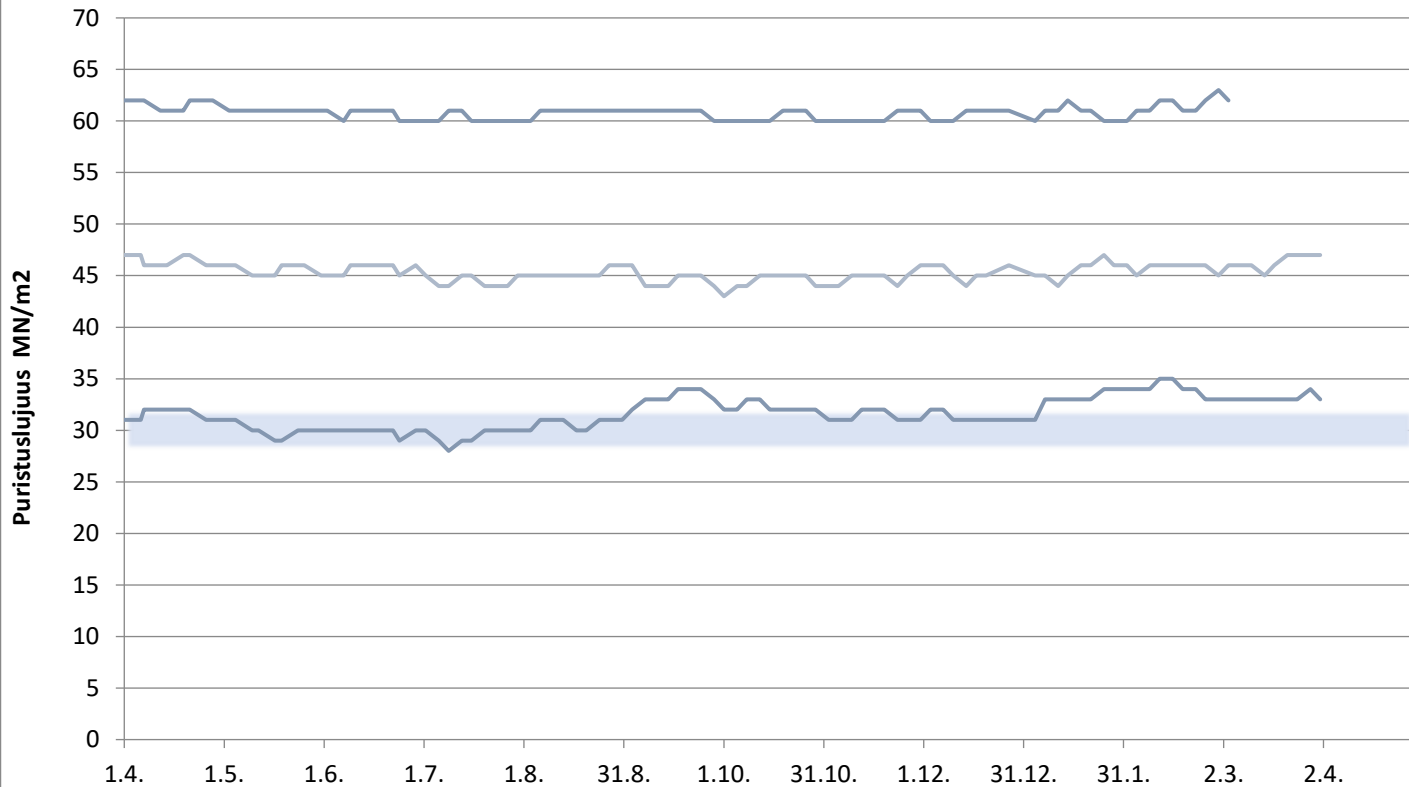


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

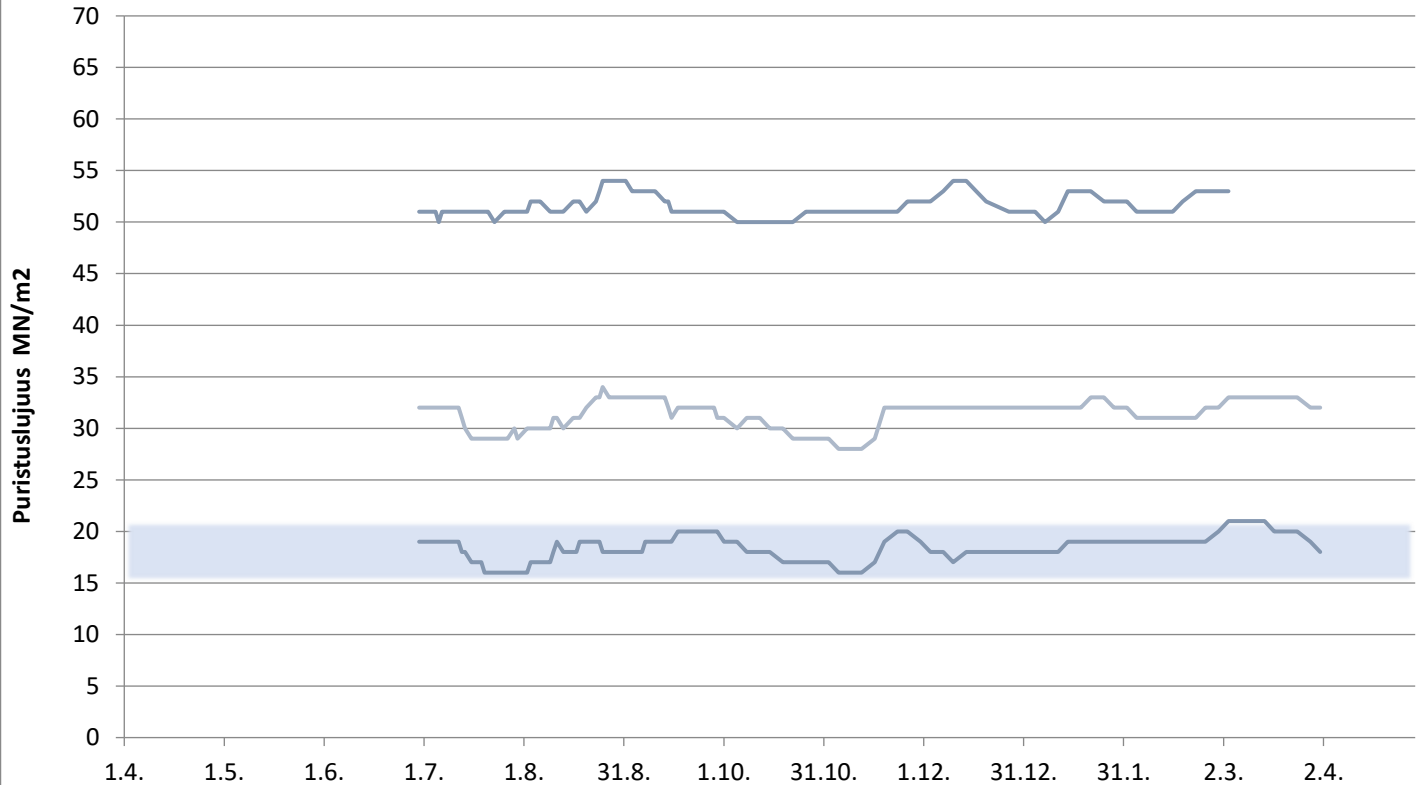


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

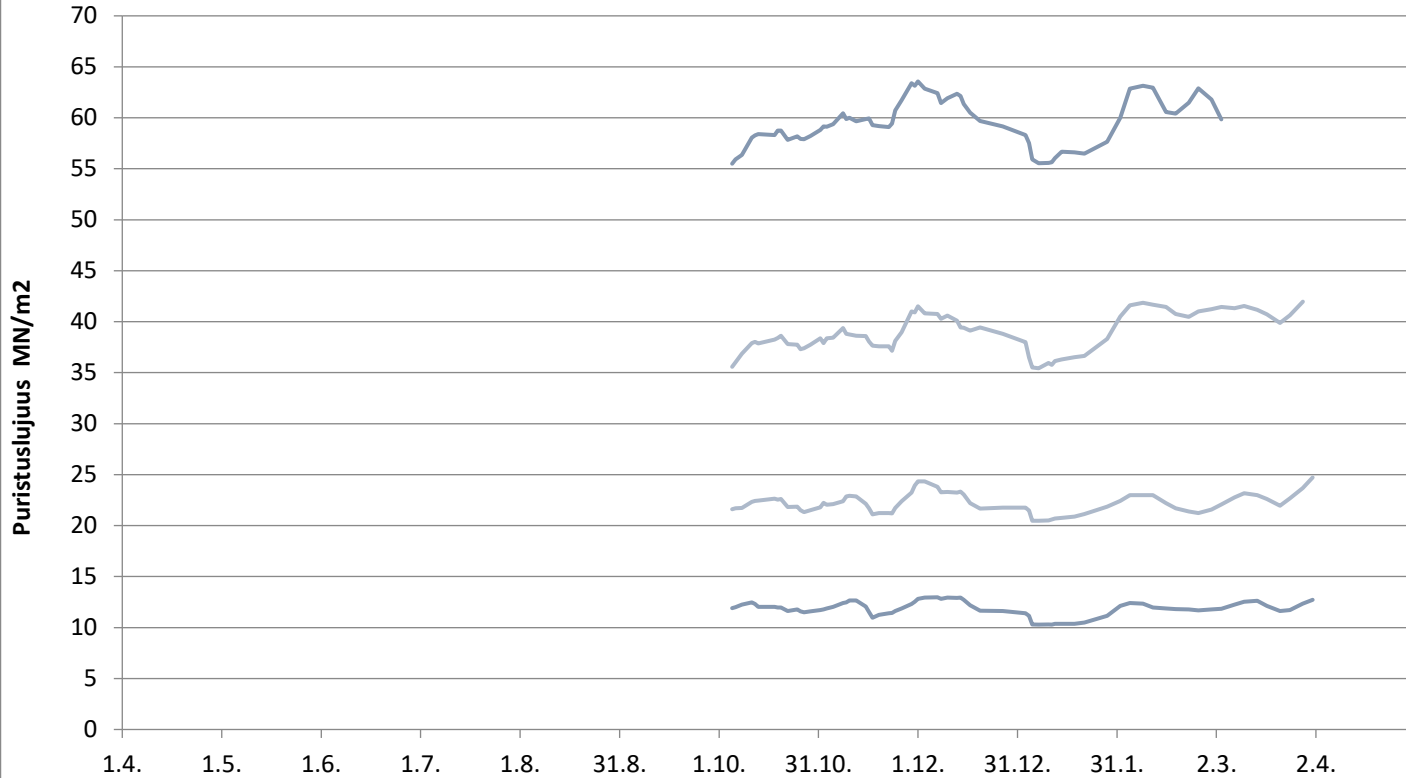


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

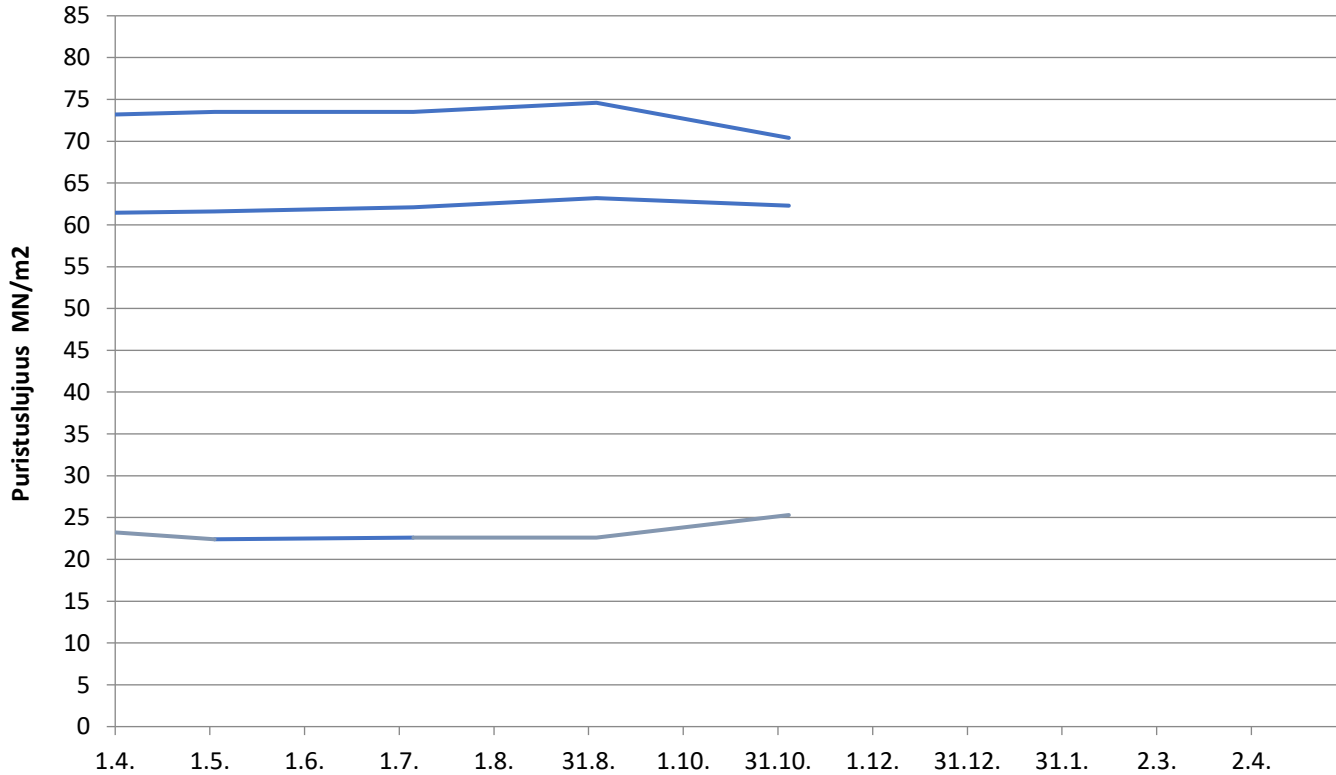

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

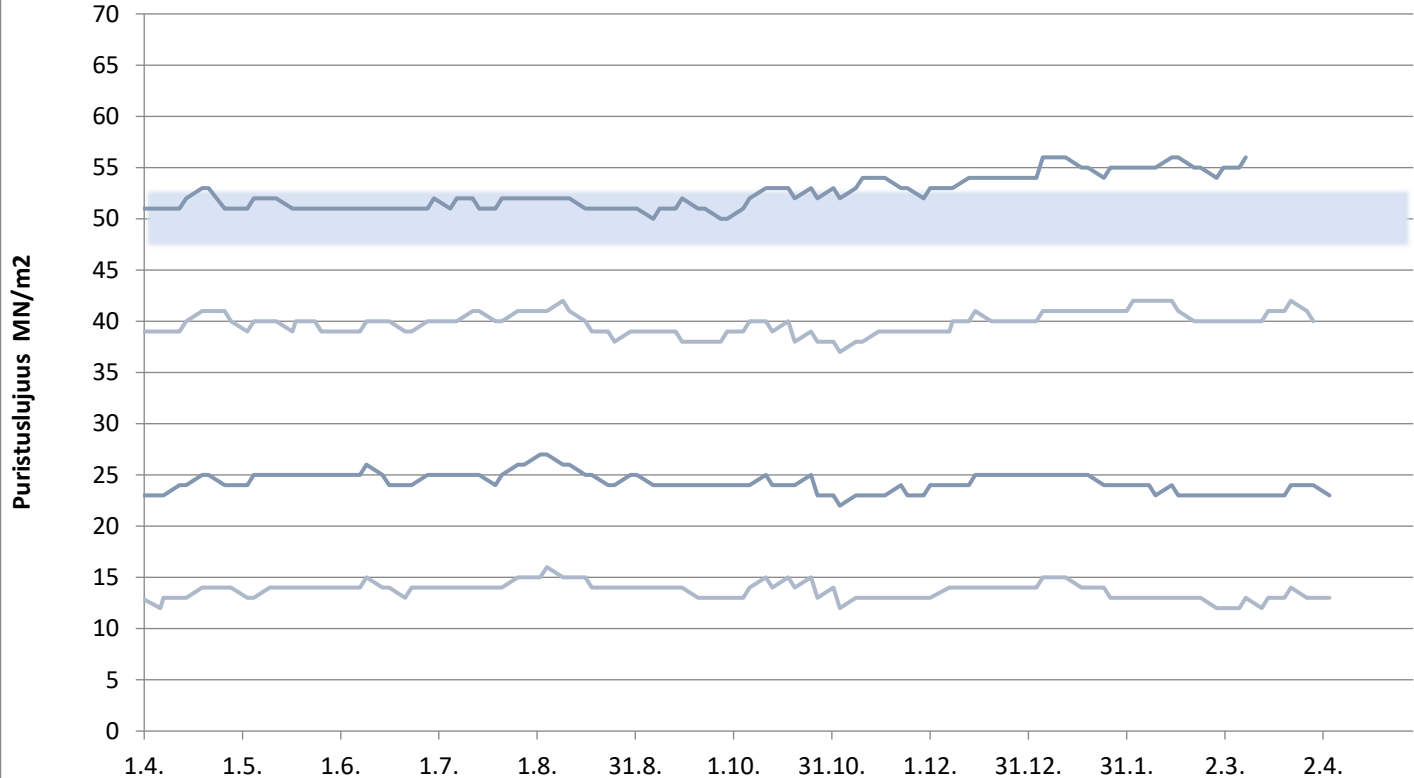

päivitetty 7.4.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

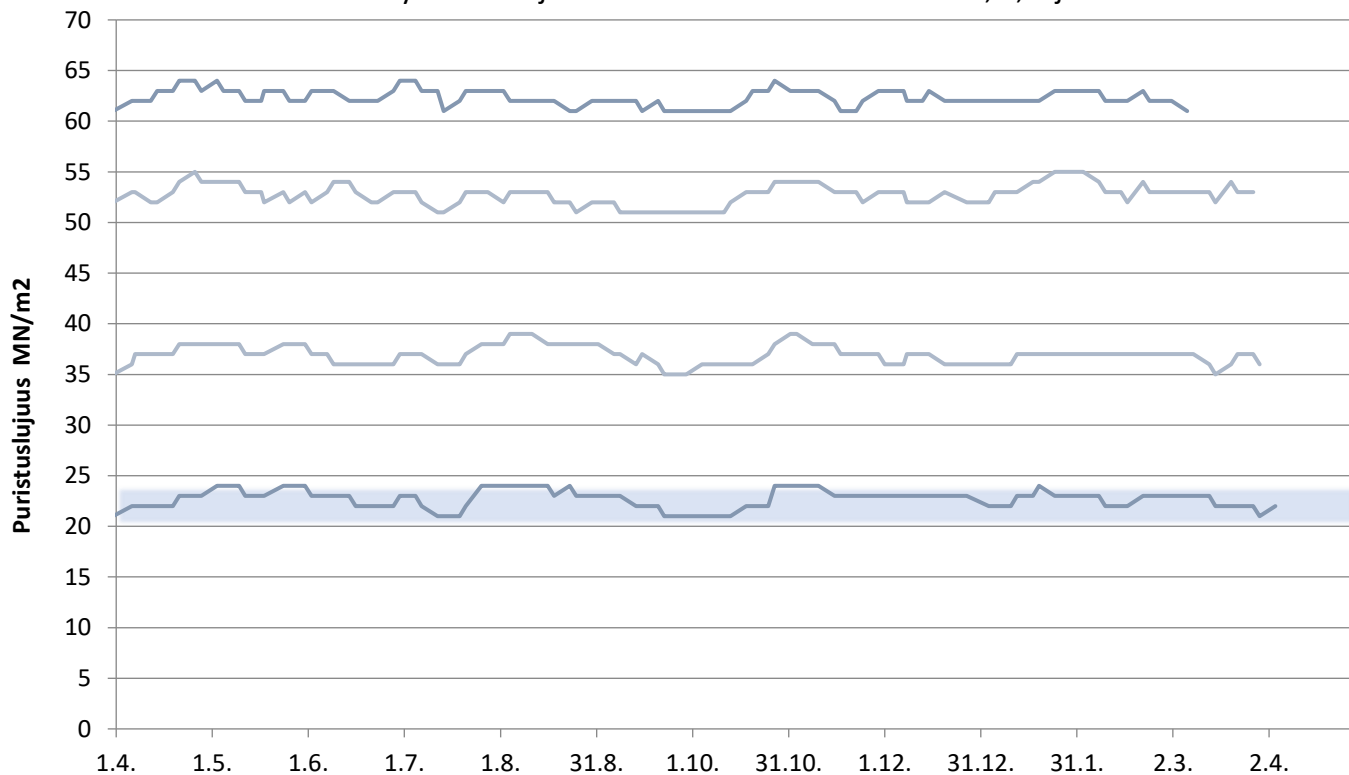


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

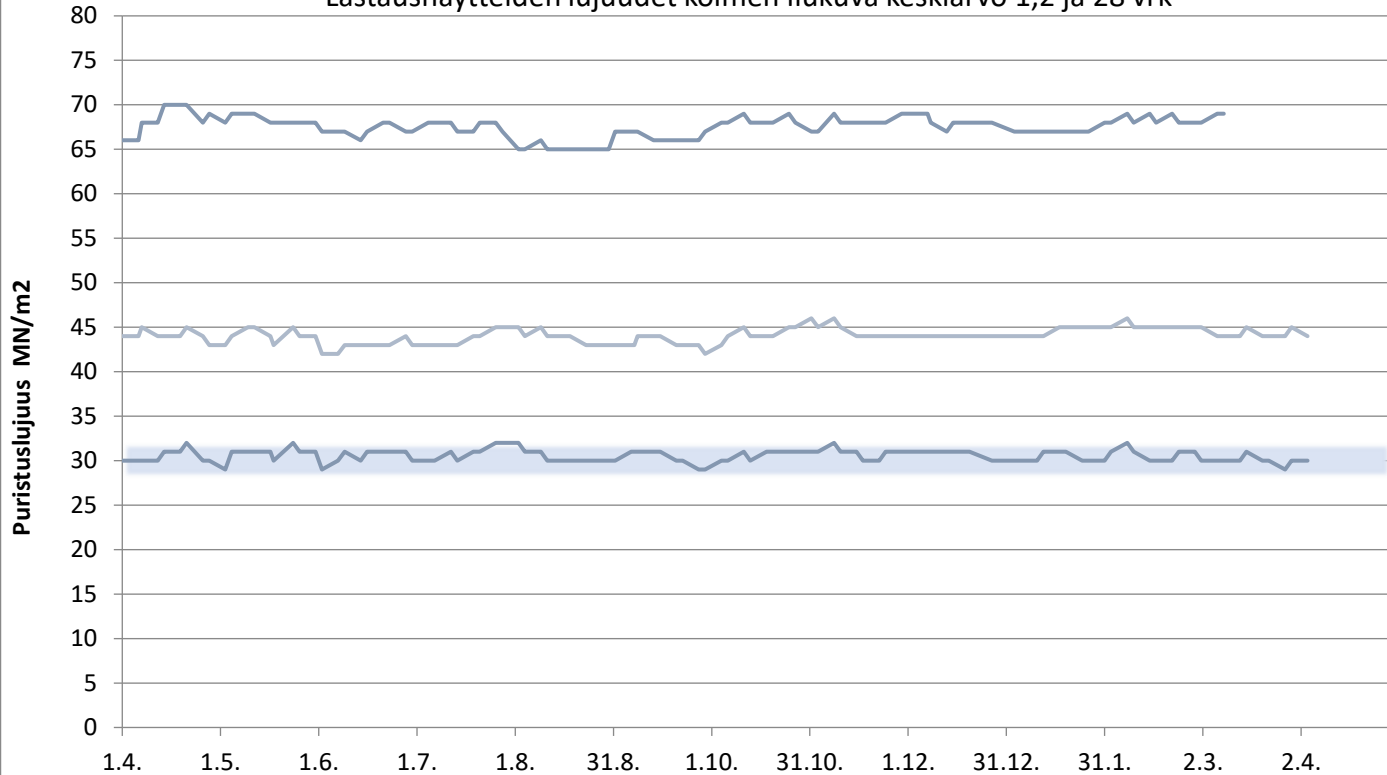


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

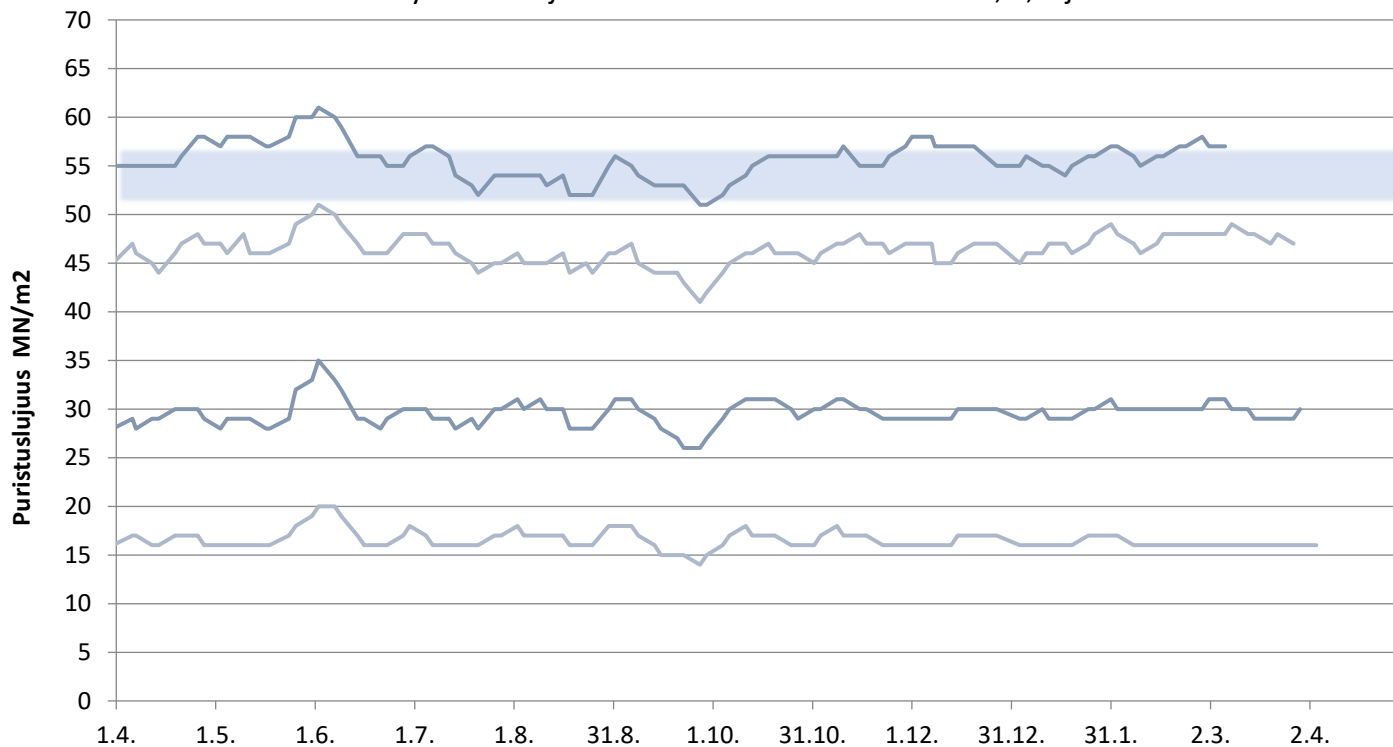


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

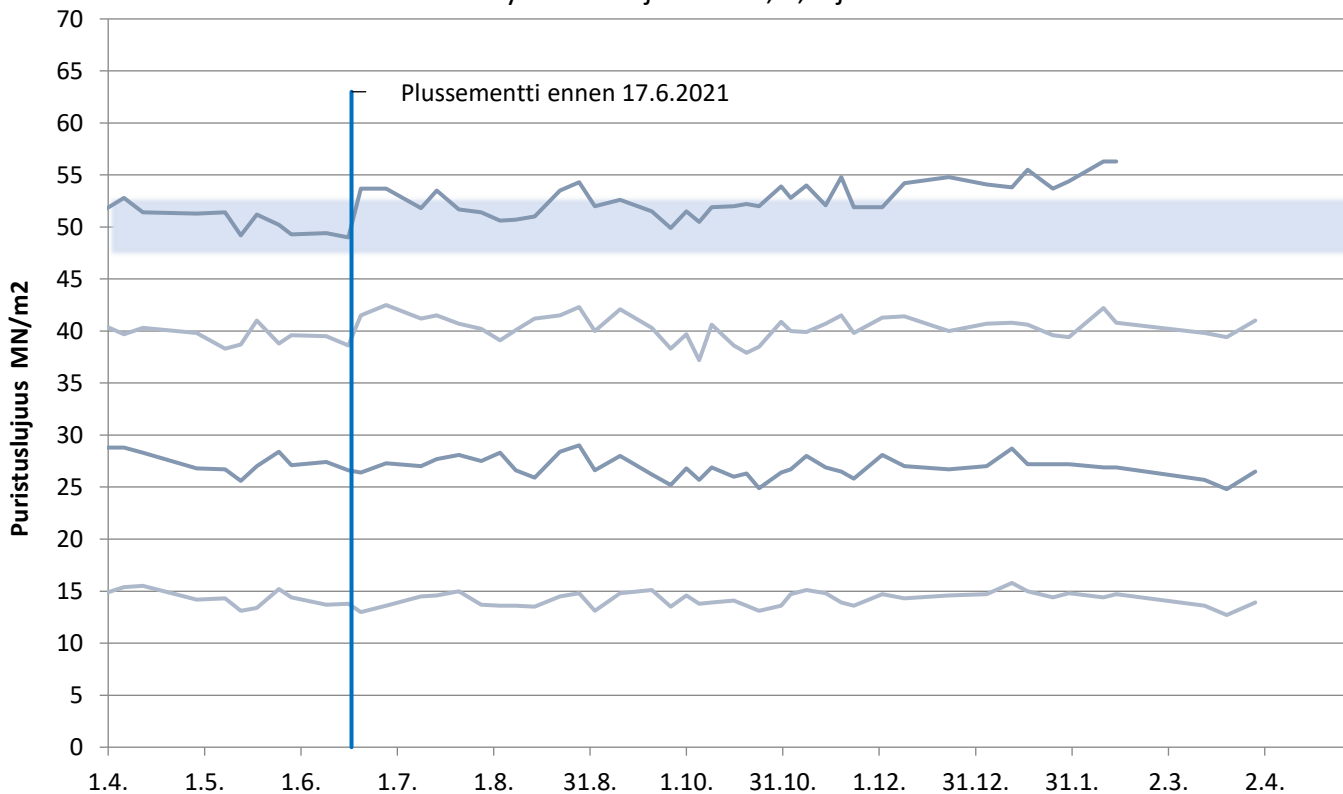


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

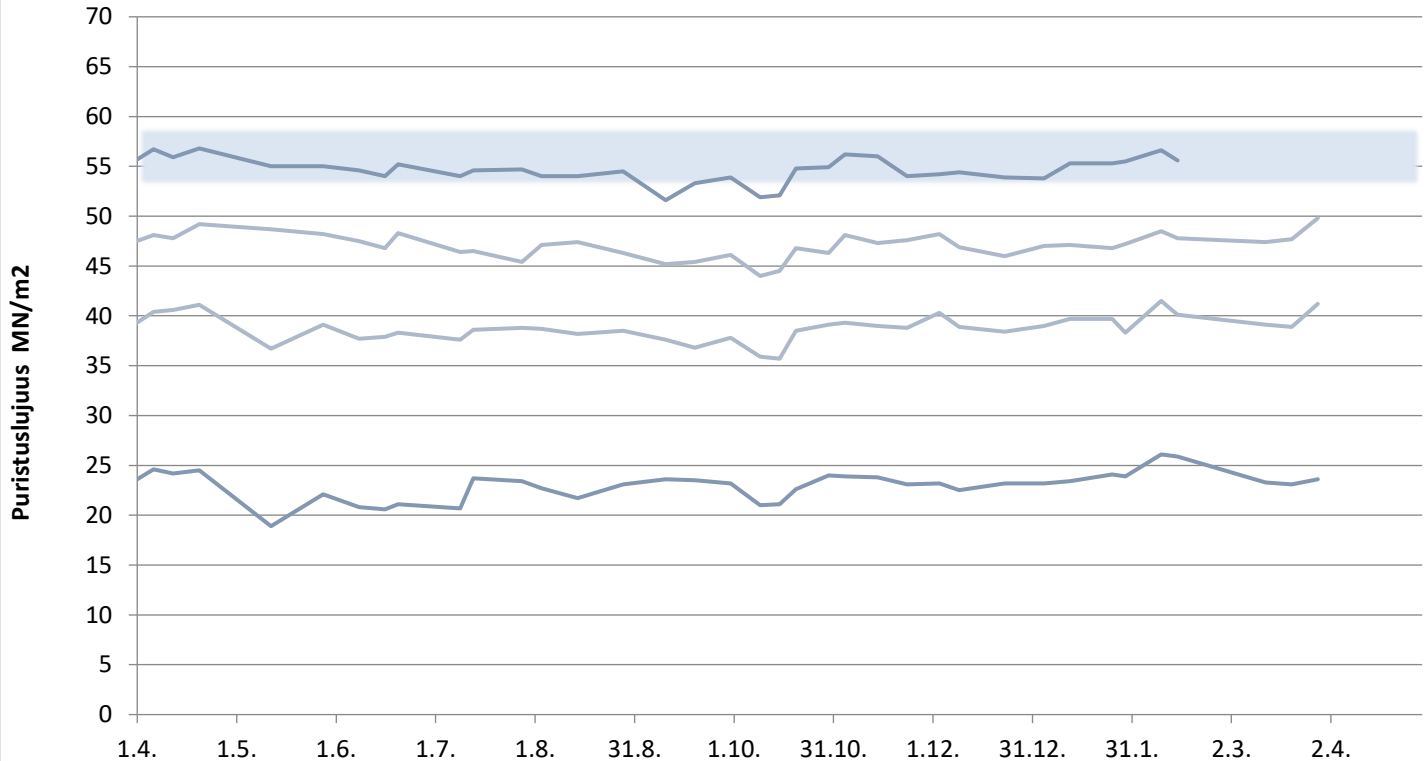


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

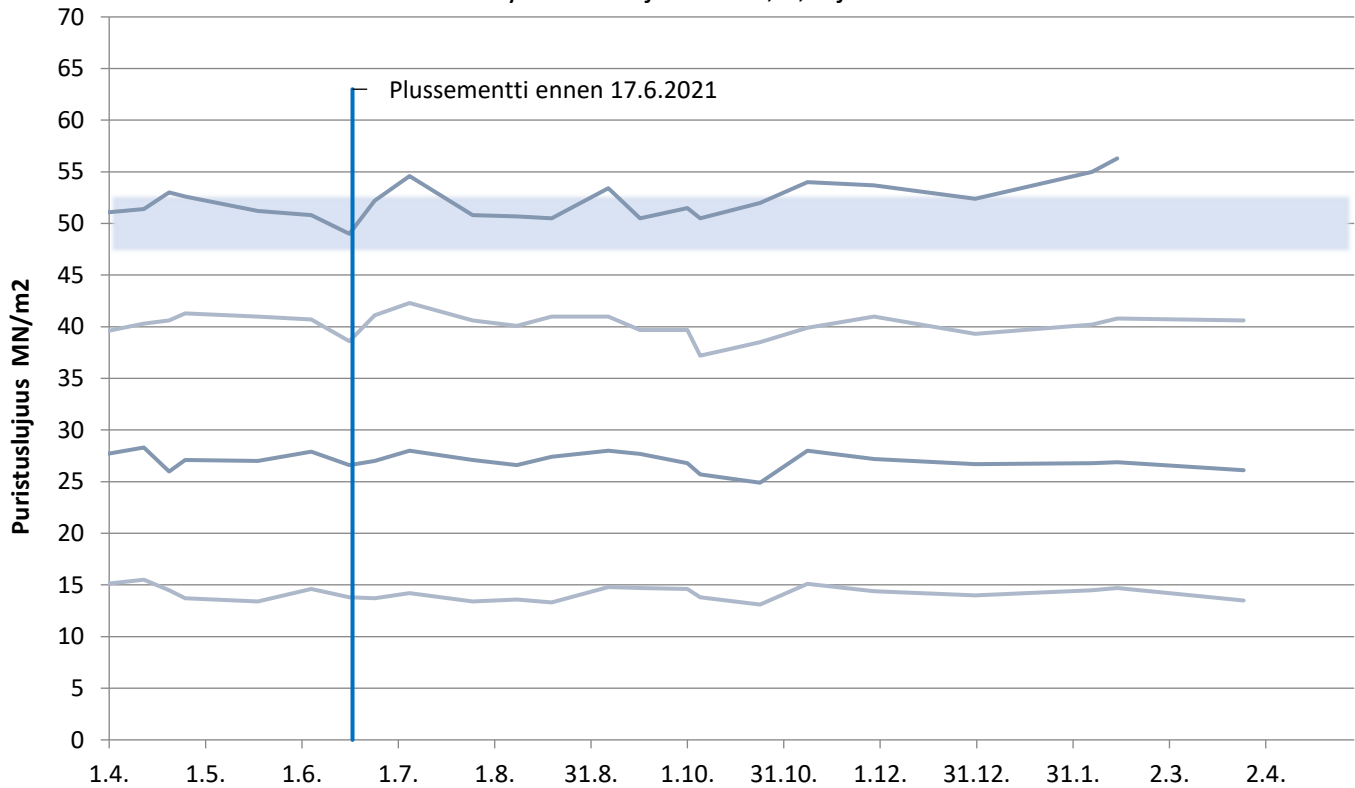


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

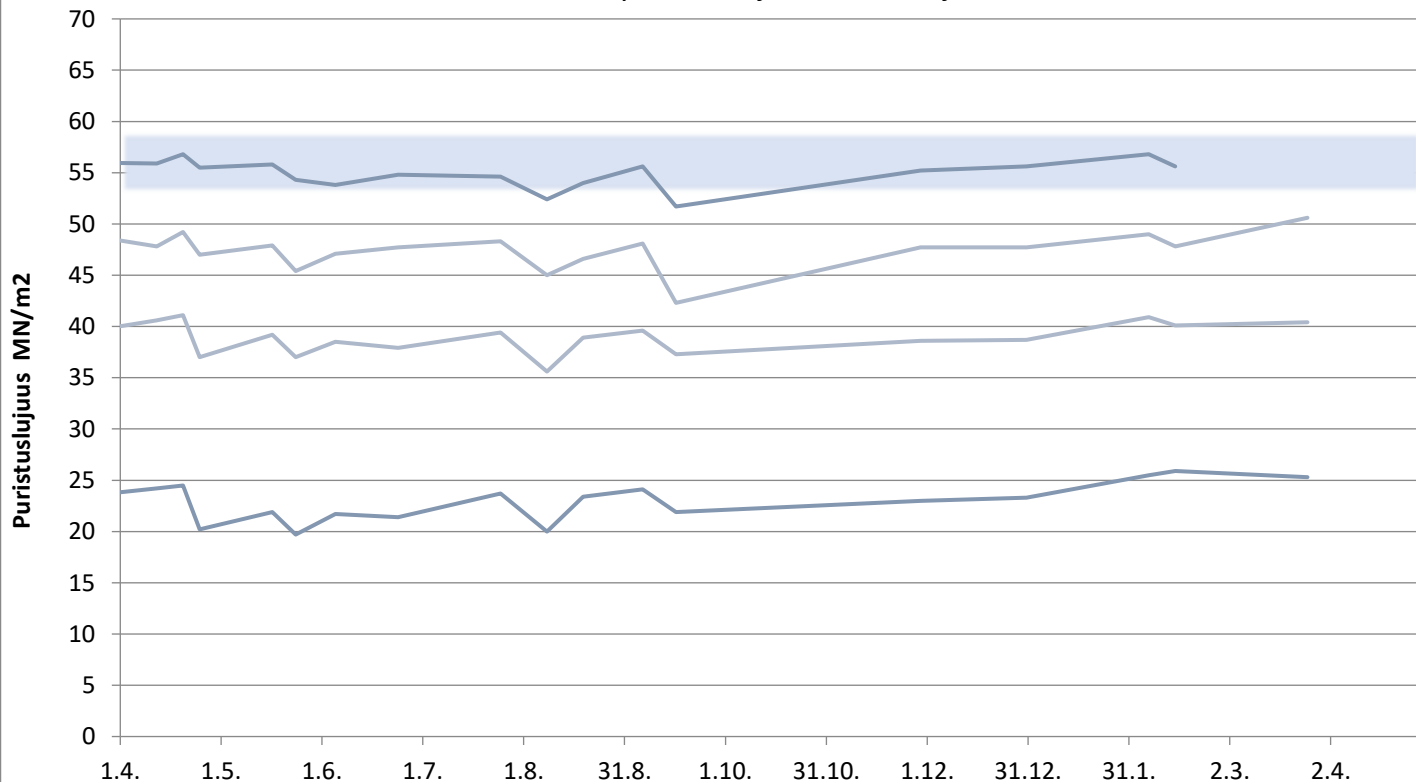


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

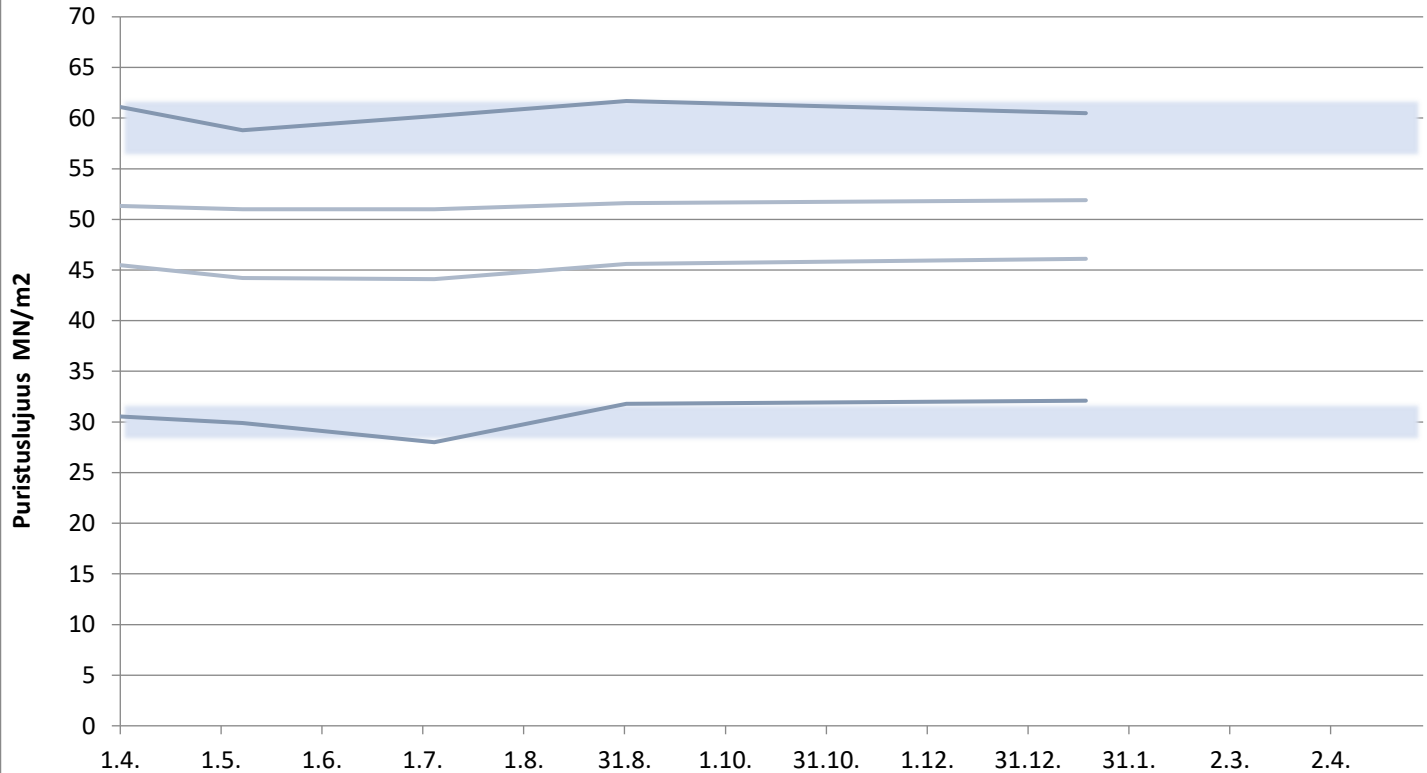

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

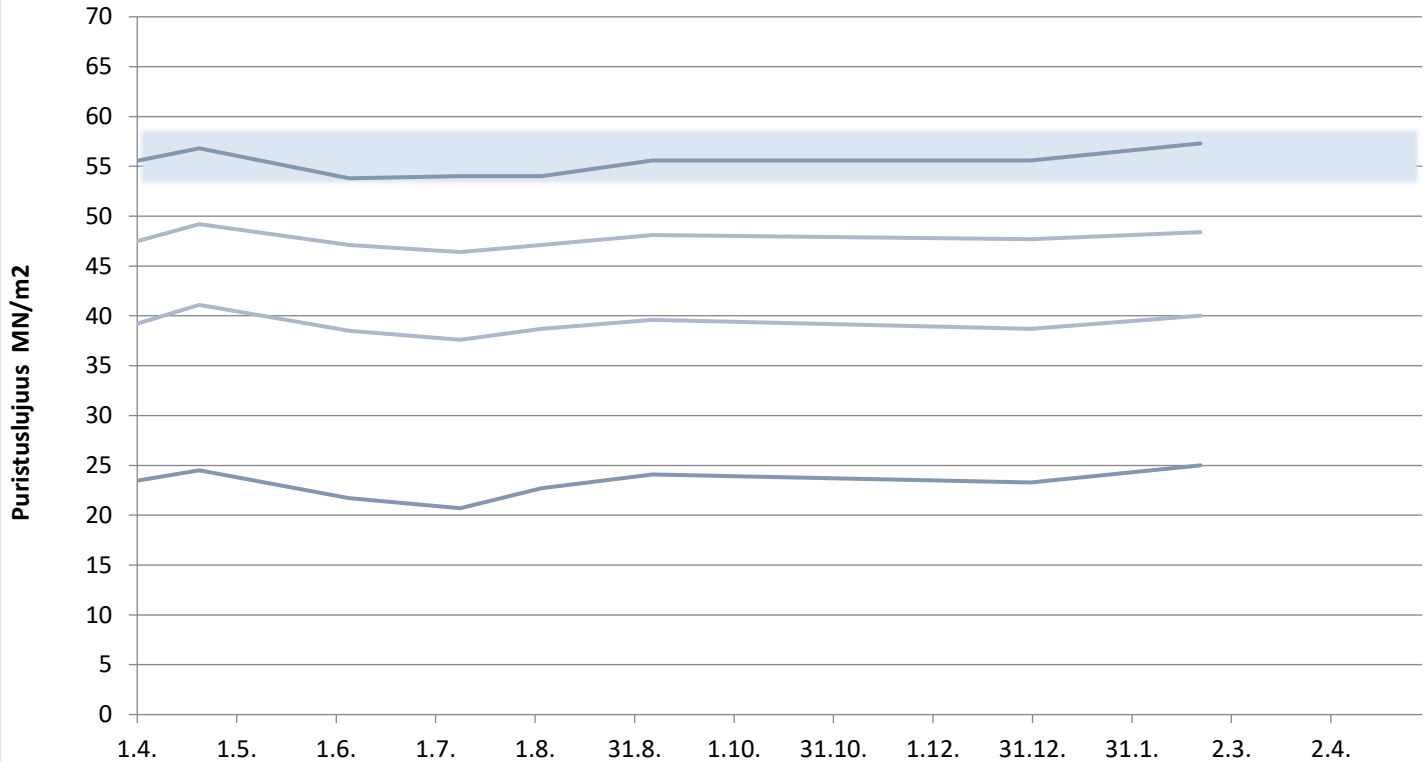

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

