

Laatuinformaatio vko 16

pvm:

22.4.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	12.04.	14	05.04.	42	15.03.	56				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	14.04.	13	08.04.	41	18.03.	55	440	36	11	20
	19.04.	13	12.04.	42	22.03.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	08.04.	23	05.04.	51	15.03.	57				
CEM II/A-LL 42.5 R	12.04.	24	08.04.	50	18.03.	56	490	31	8	4
	19.04.	24	12.04.	51	22.03.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	12.04.	34	12.04.	47	15.03.	63				
CEM I 52.5 R	14.04.	33	14.04.	46	18.03.	63	560	33	4	0
	19.04.	33	19.04.	46	22.03.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	12.04.	21	12.04.	35	15.03.	53				
CEM I 42.5 R	14.04.	20	14.04.	34	18.03.	54	430	29	4	0
	19.04.	20	19.04.	33	22.03.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	08.04.	13	05.04.	44	11.03.	59				
CEM III/A 52,5 L	12.04.	13	08.04.	44	15.03.	60	500	42	2	40
	14.04.	12	12.04.	45	18.03.	62				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	09.04.	23	09.04.	63	04.11.	70	420	82	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	13.04.	13	06.04.	40	16.03.	57				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	19.04.	13	11.04.	40	21.03.	57	440	33	13	20
	20.04.	12	13.04.	40	23.03.	58				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	13.04.	24	06.04.	54	16.03.	61				
CEM II/A-LL 52.5 N	19.04.	24	11.04.	55	21.03.	62	500	29	10	0
	20.04.	23	13.04.	54	23.03.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	13.04.	31	13.04.	46	16.03.	69				
CEM I 52.5 R	19.04.	30	19.04.	45	21.03.	69	550	31	4	0
	20.04.	30	20.04.	44	23.03.	69				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	13.04.	31	06.04.	48	16.03.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	19.04.	30	11.04.	48	21.03.	55	360	23	5	0
	20.04.	31	13.04.	47	23.03.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
31.03.	54 %	10.03.	96 %
04.04.	56 %	14.03.	96 %
07.04.	56 %	21.03.	93 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

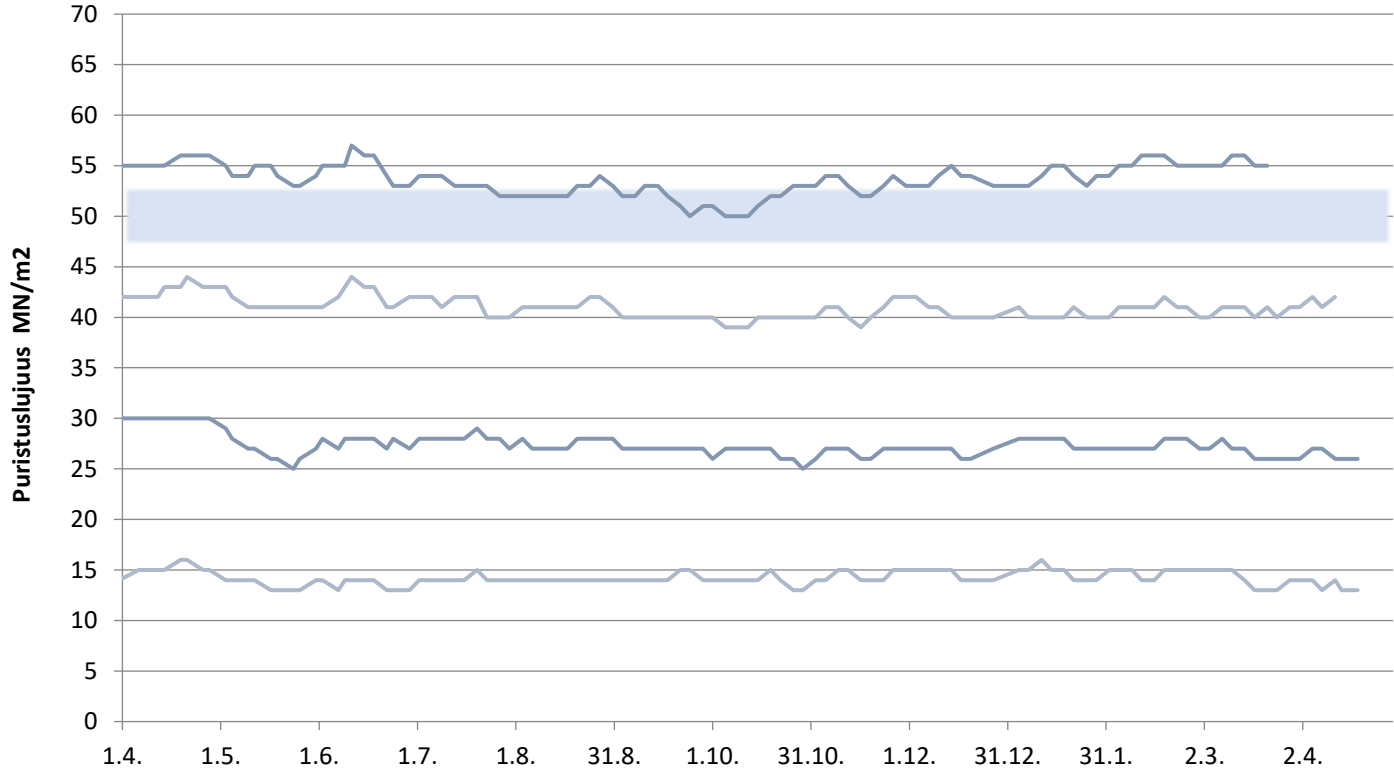


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

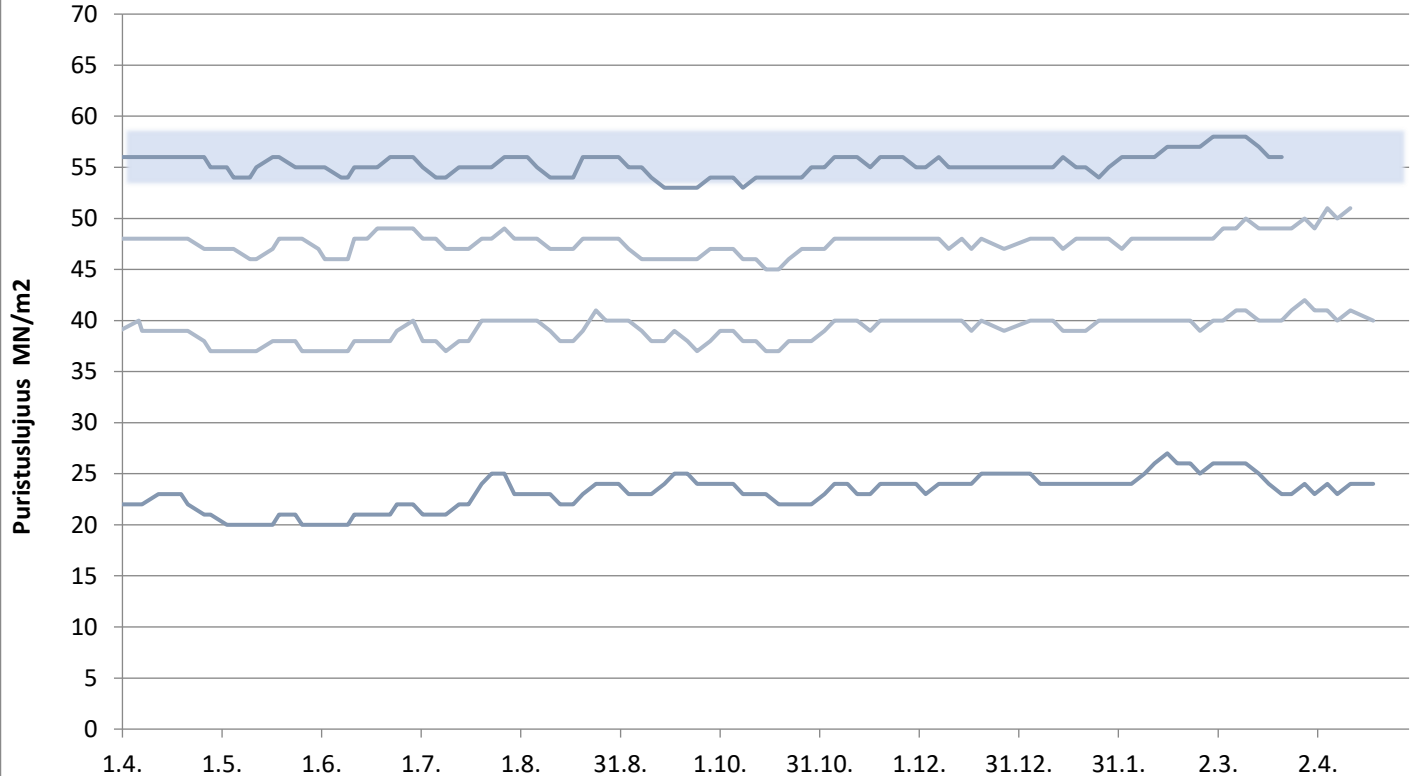

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

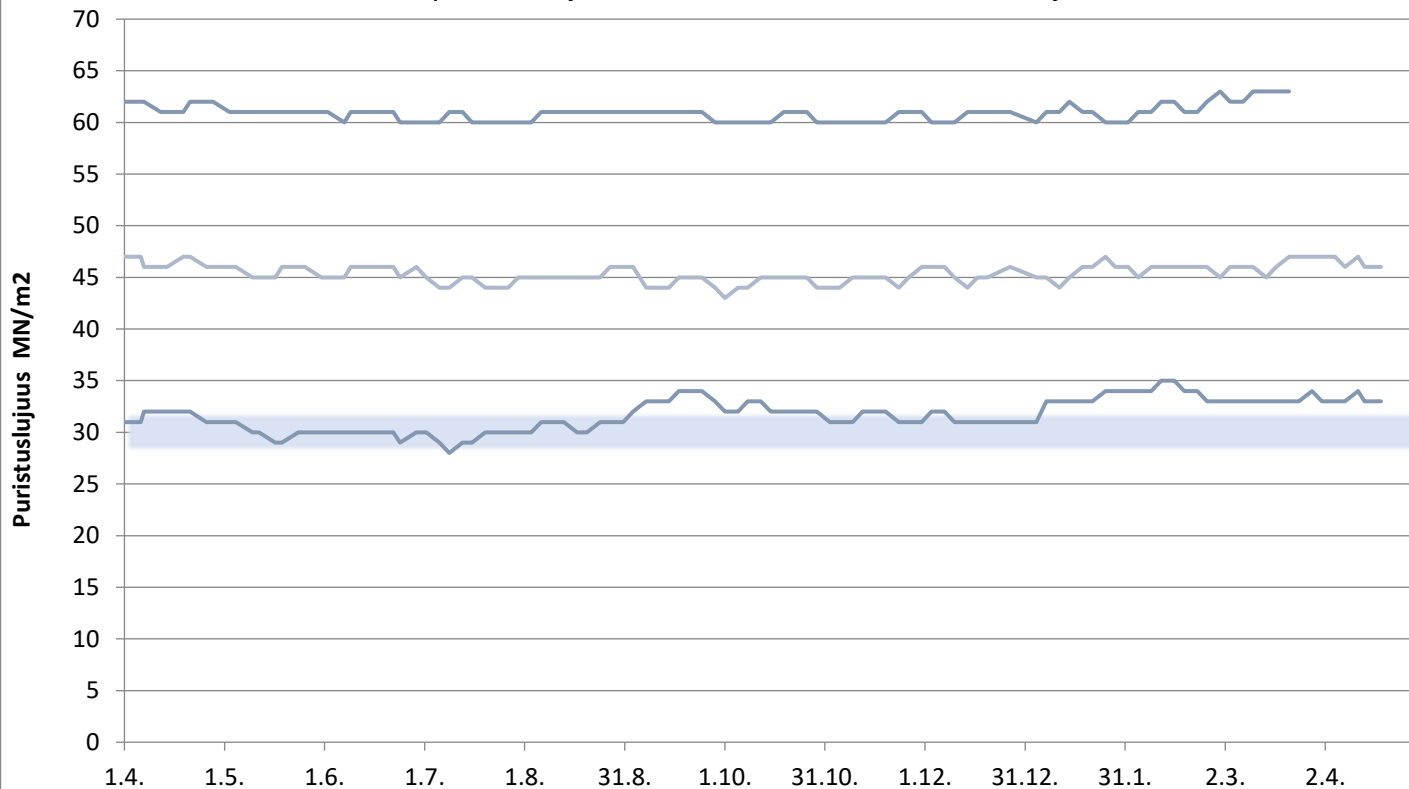


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 22.4.2022


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

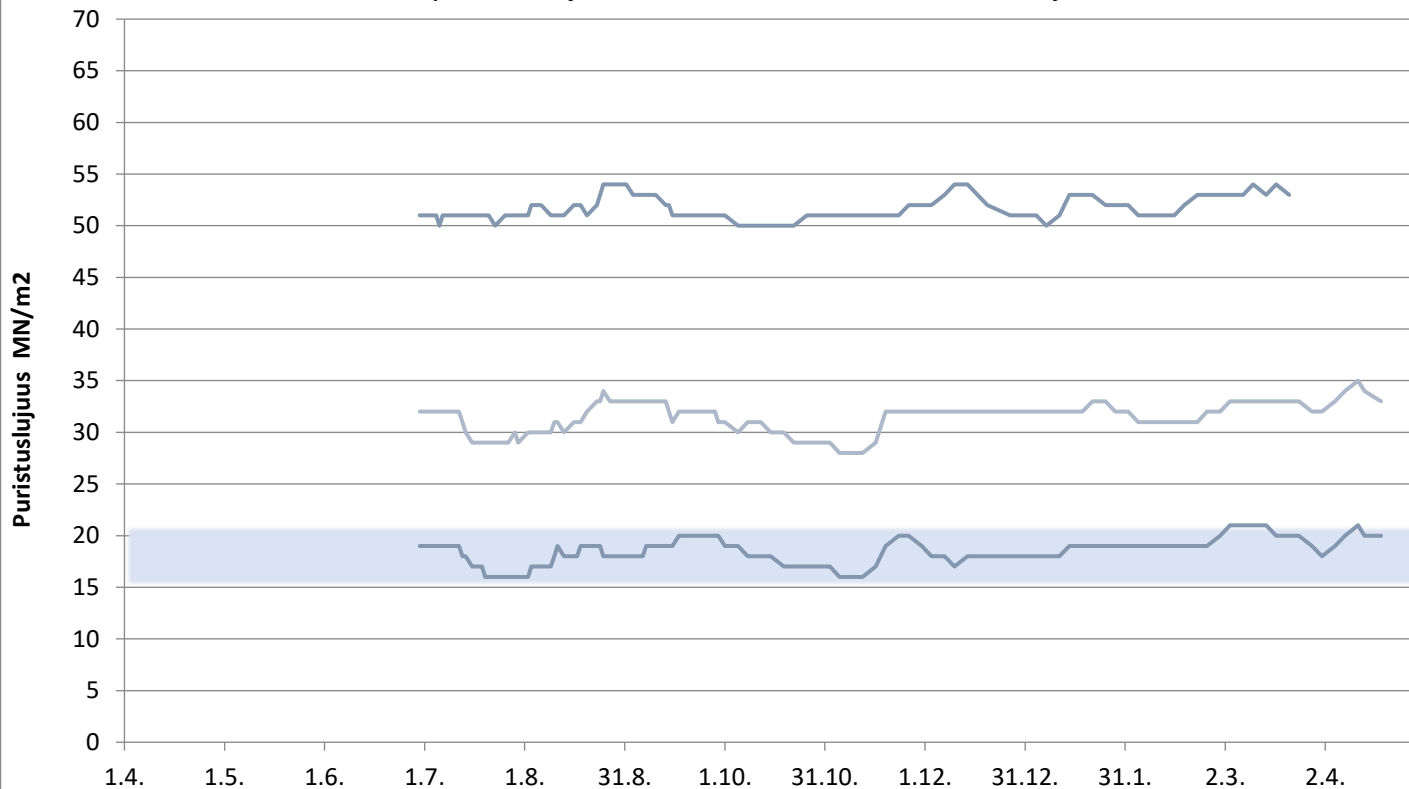


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

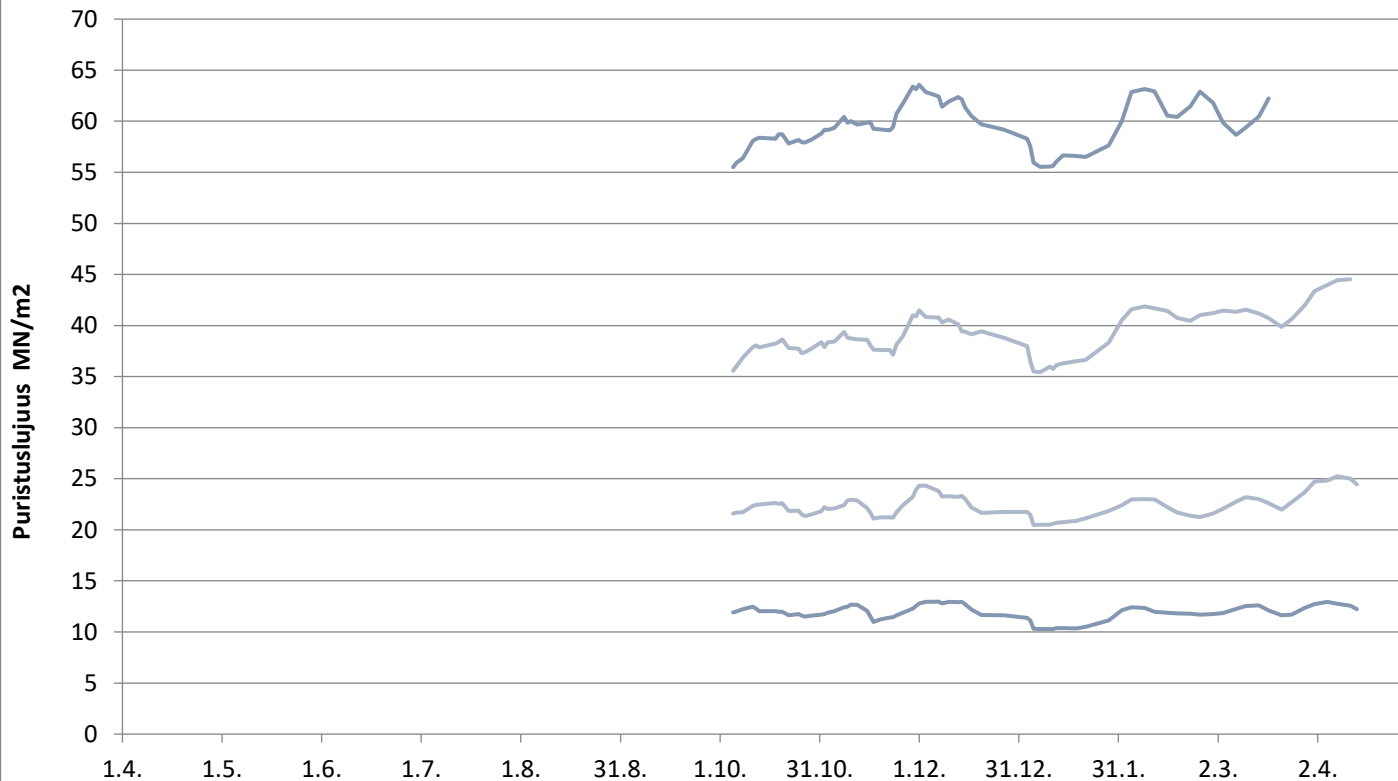


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

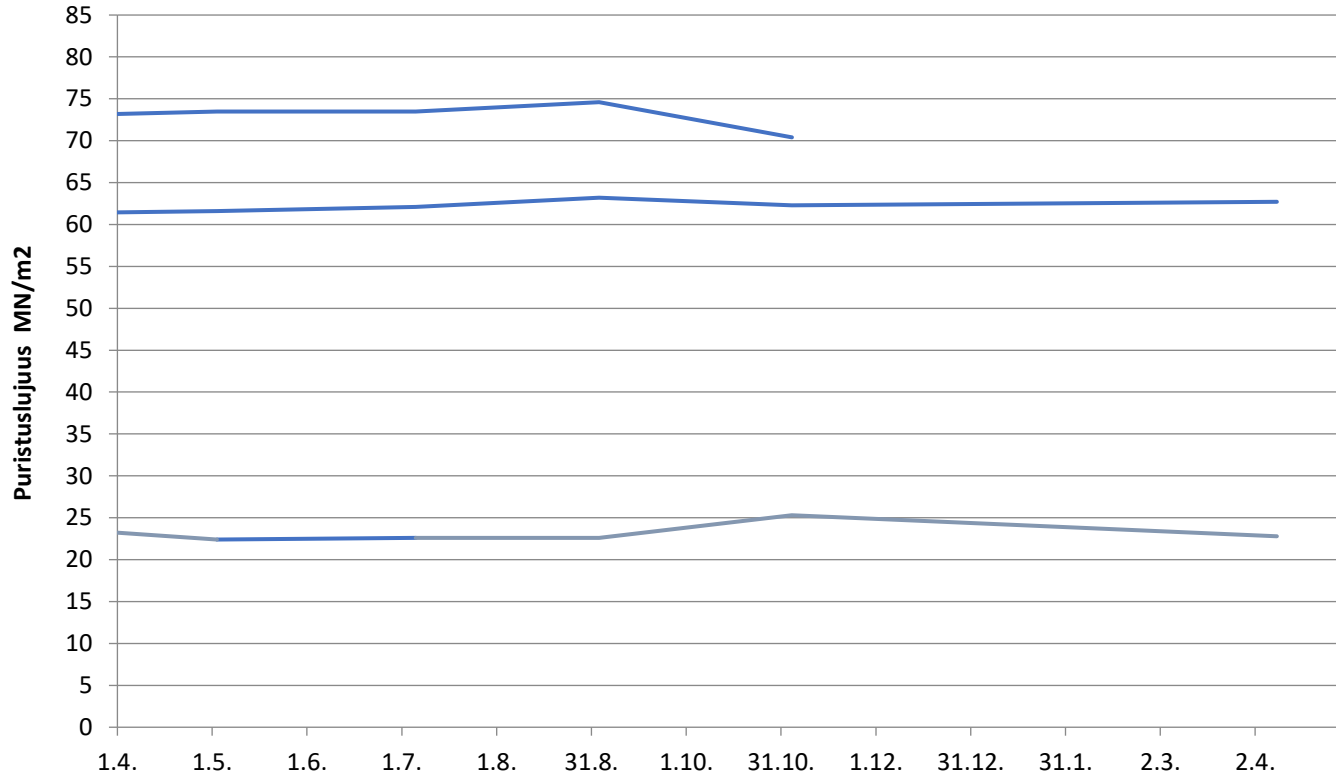

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

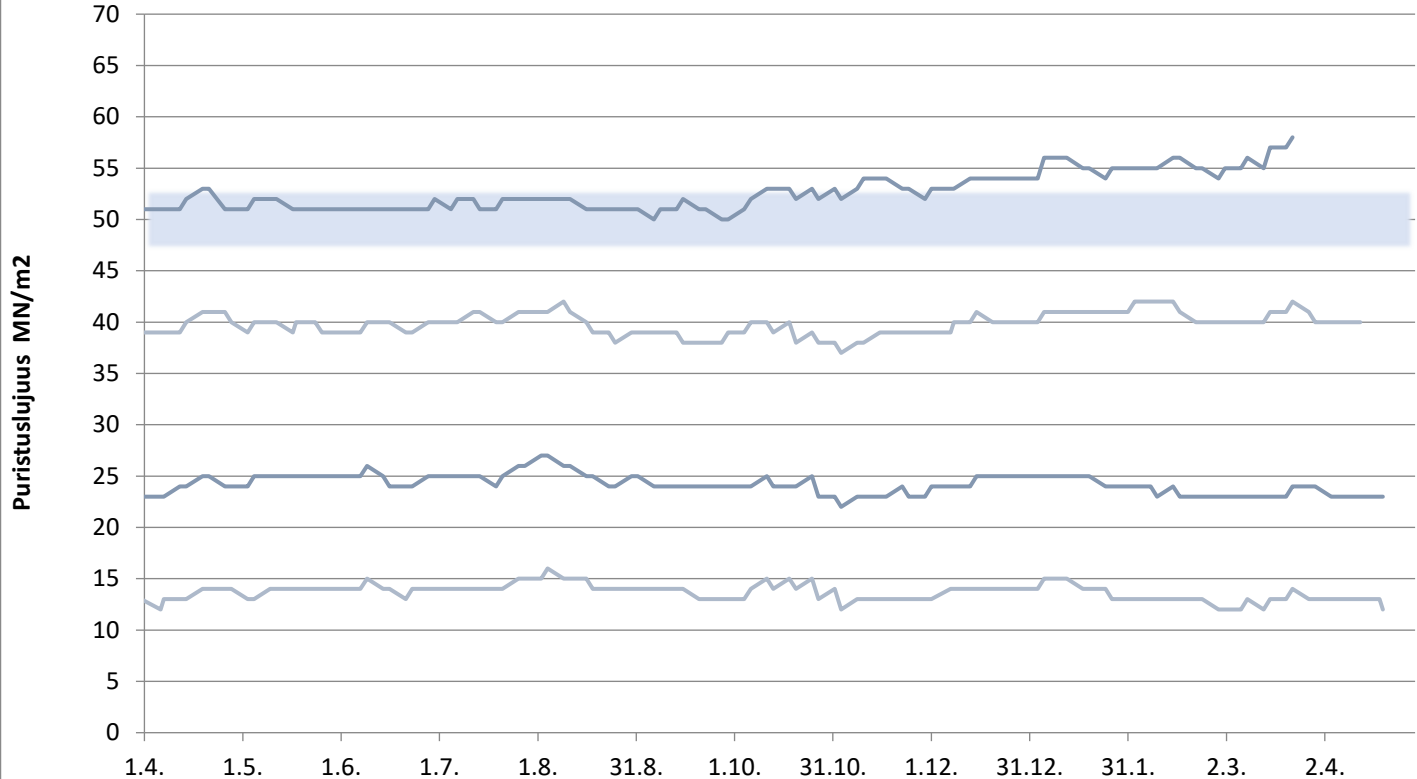

päivitetty 22.4.2022

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

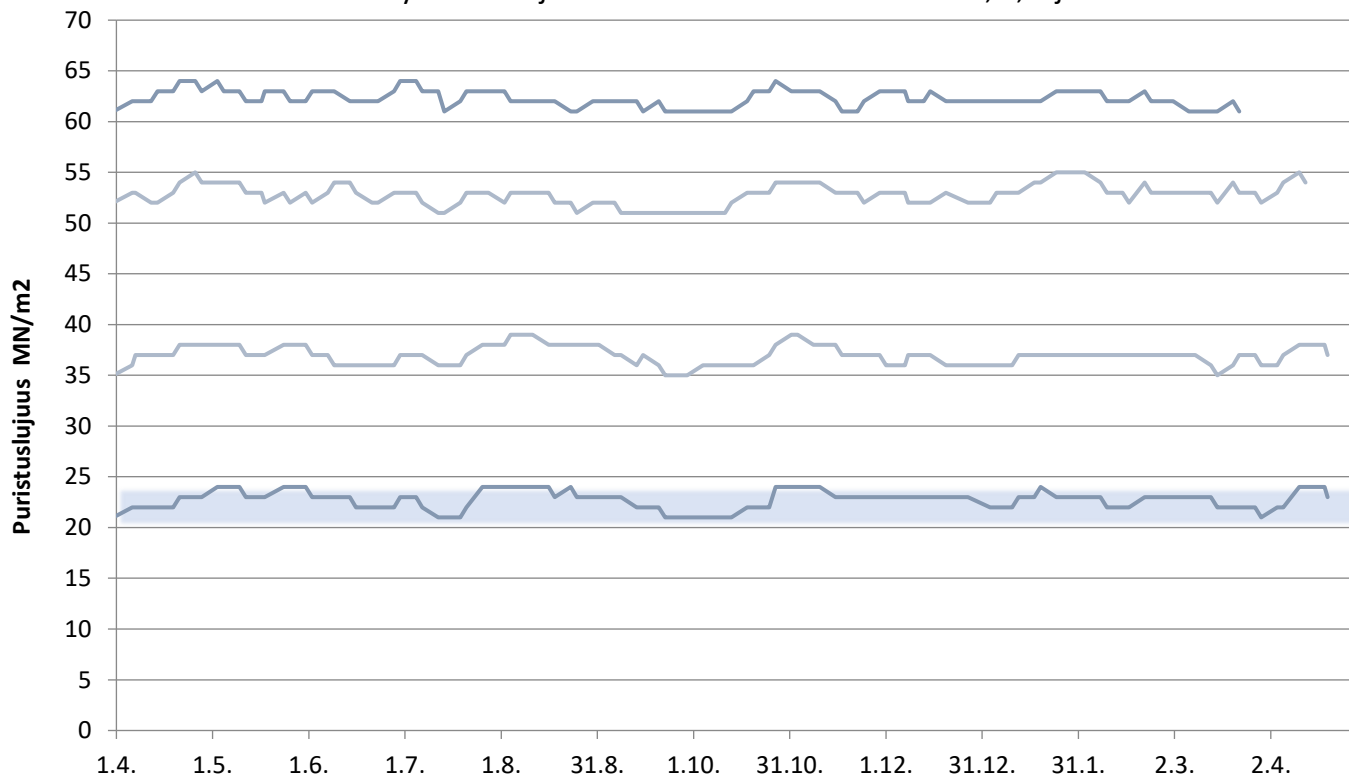


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 22.4.2022


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

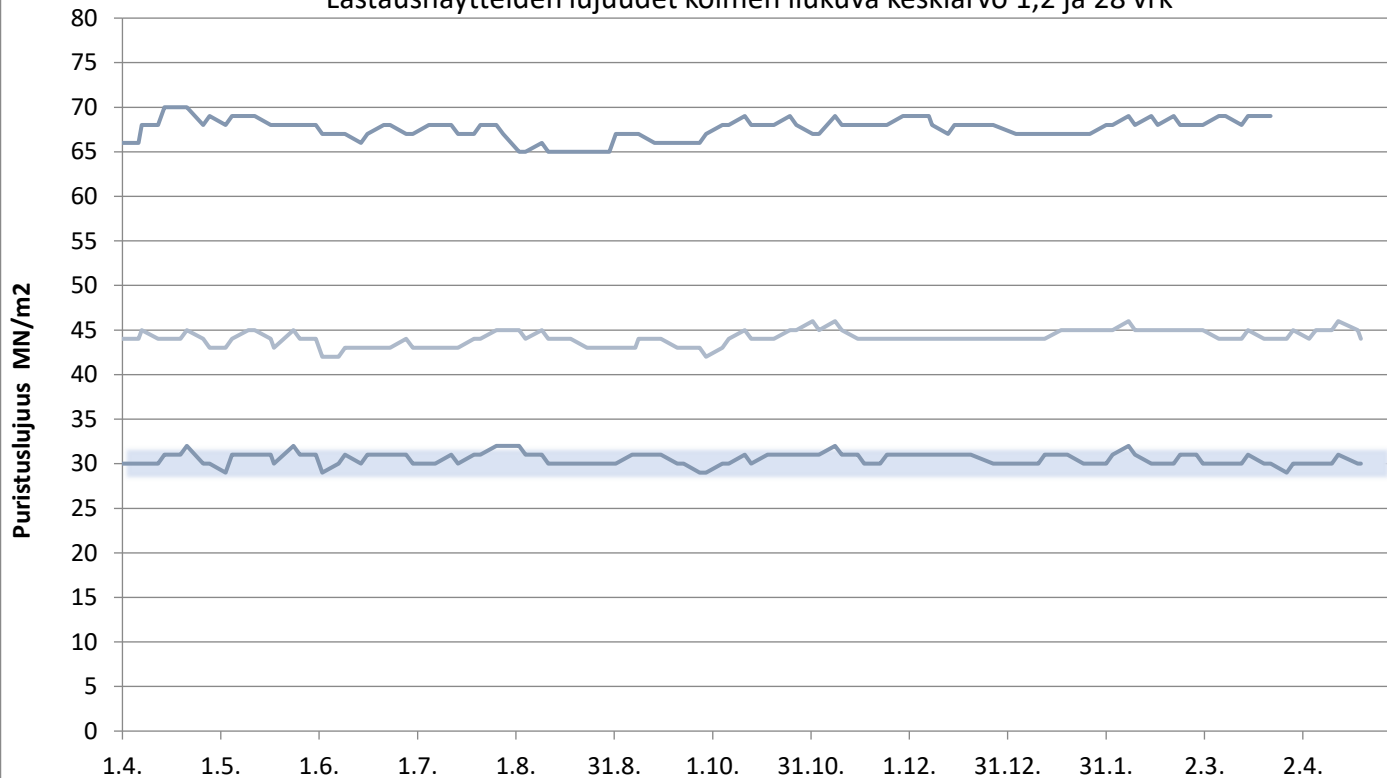


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

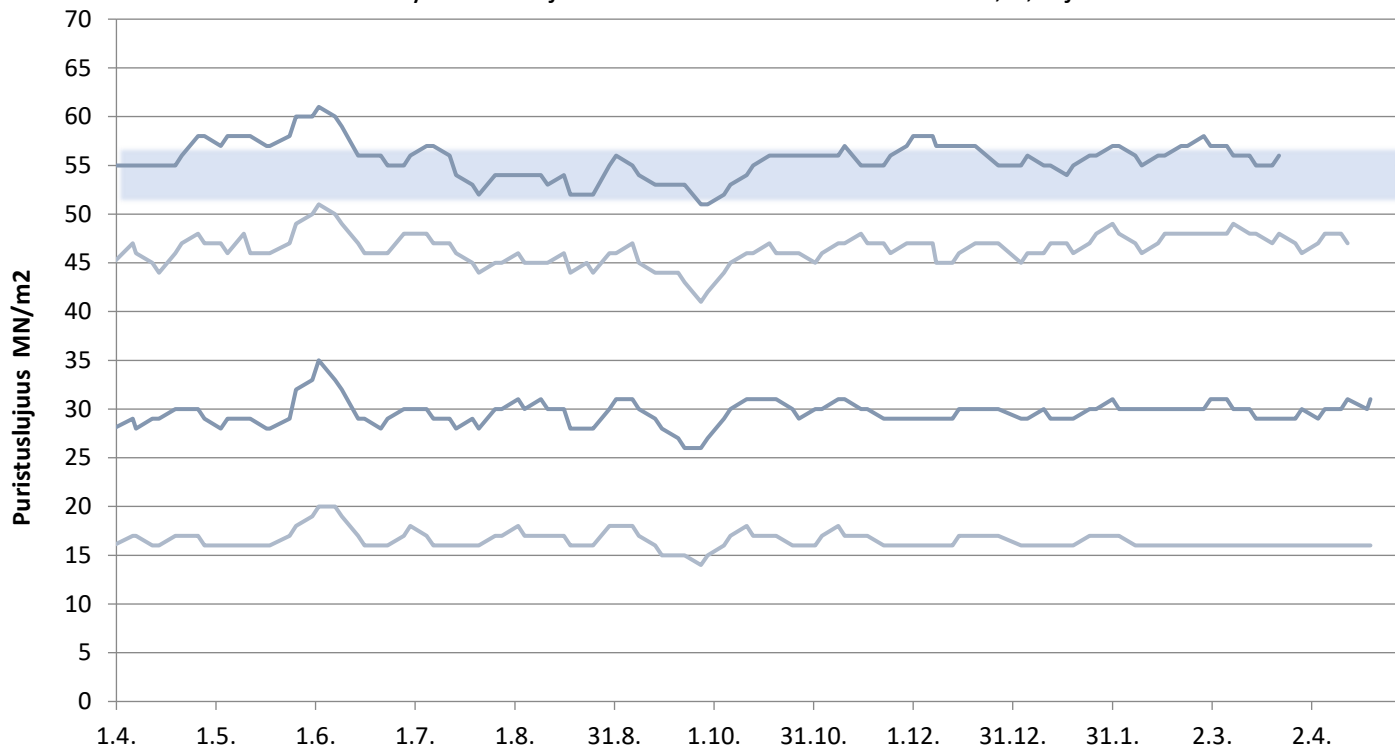


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

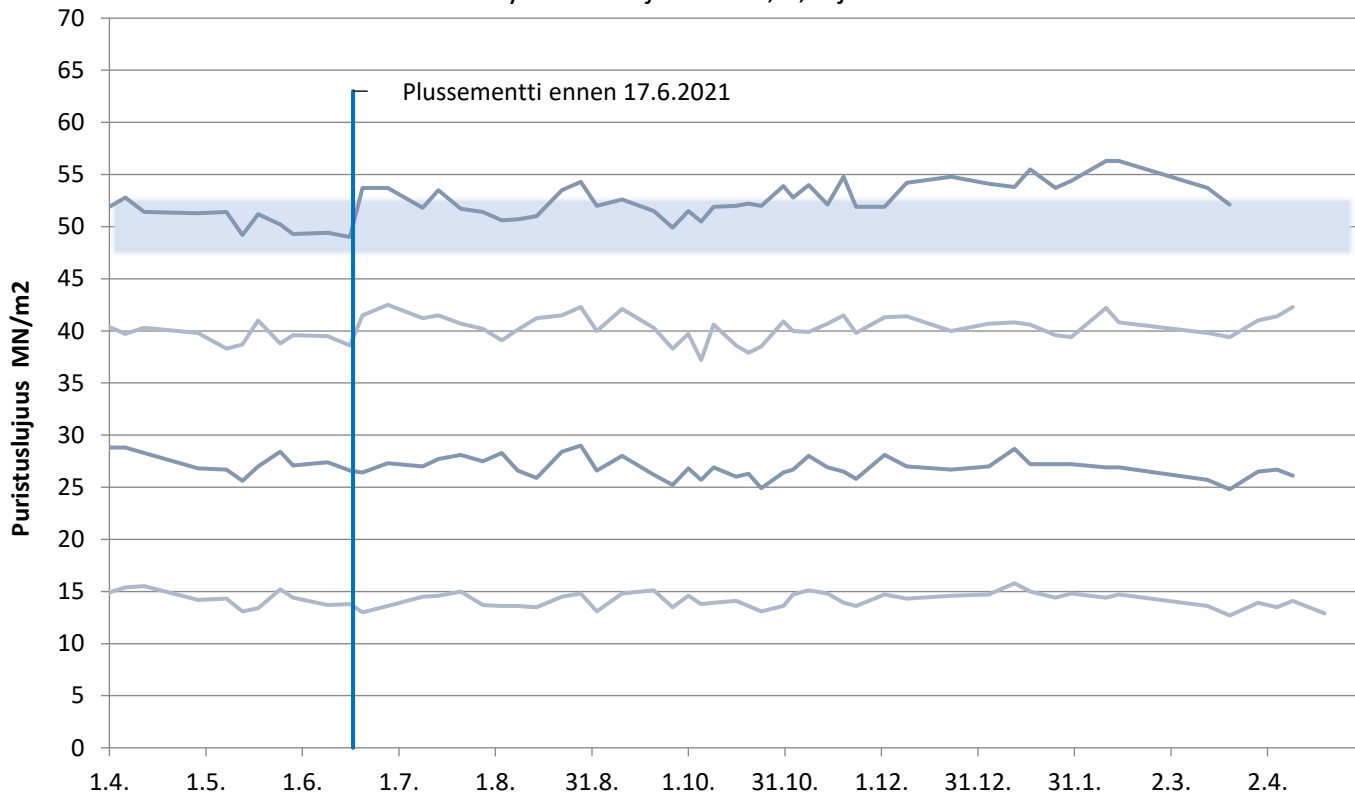


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

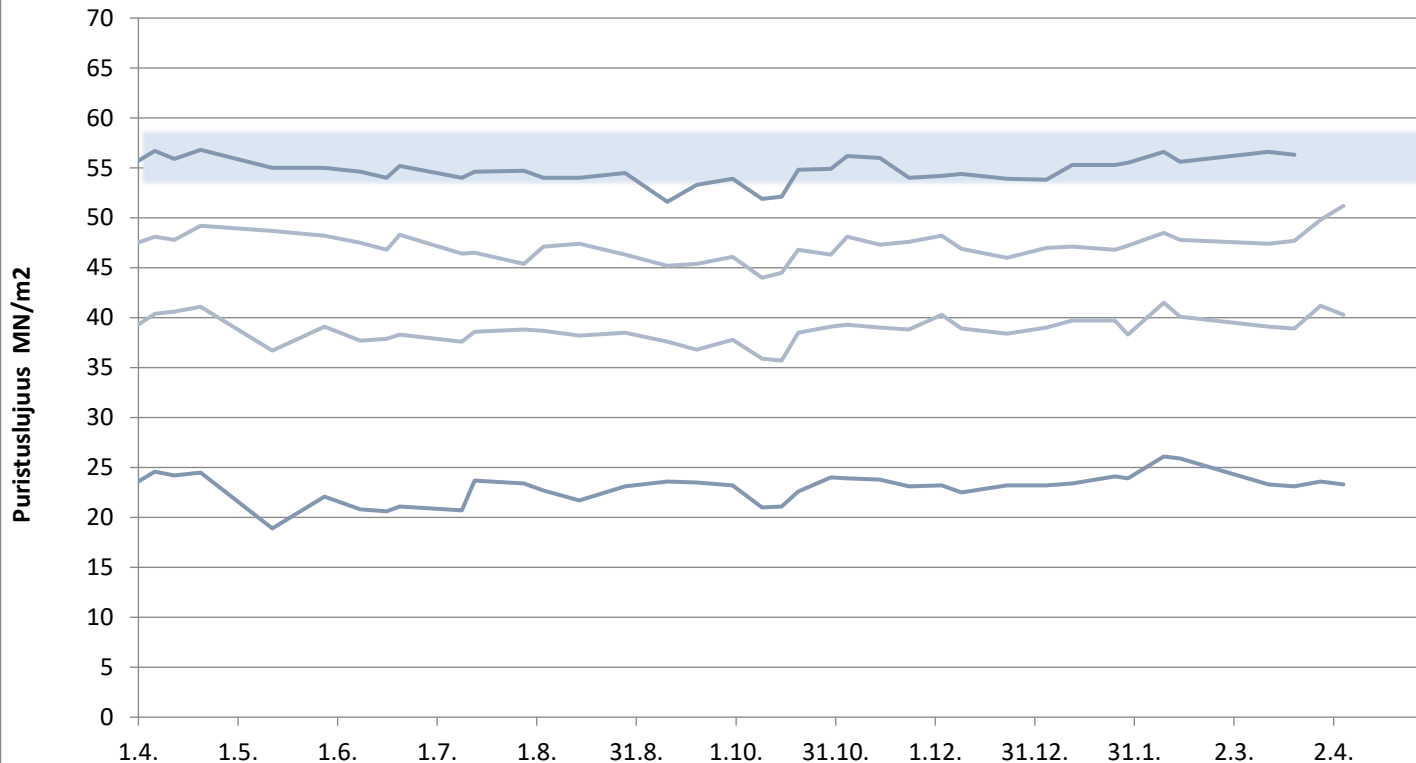


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

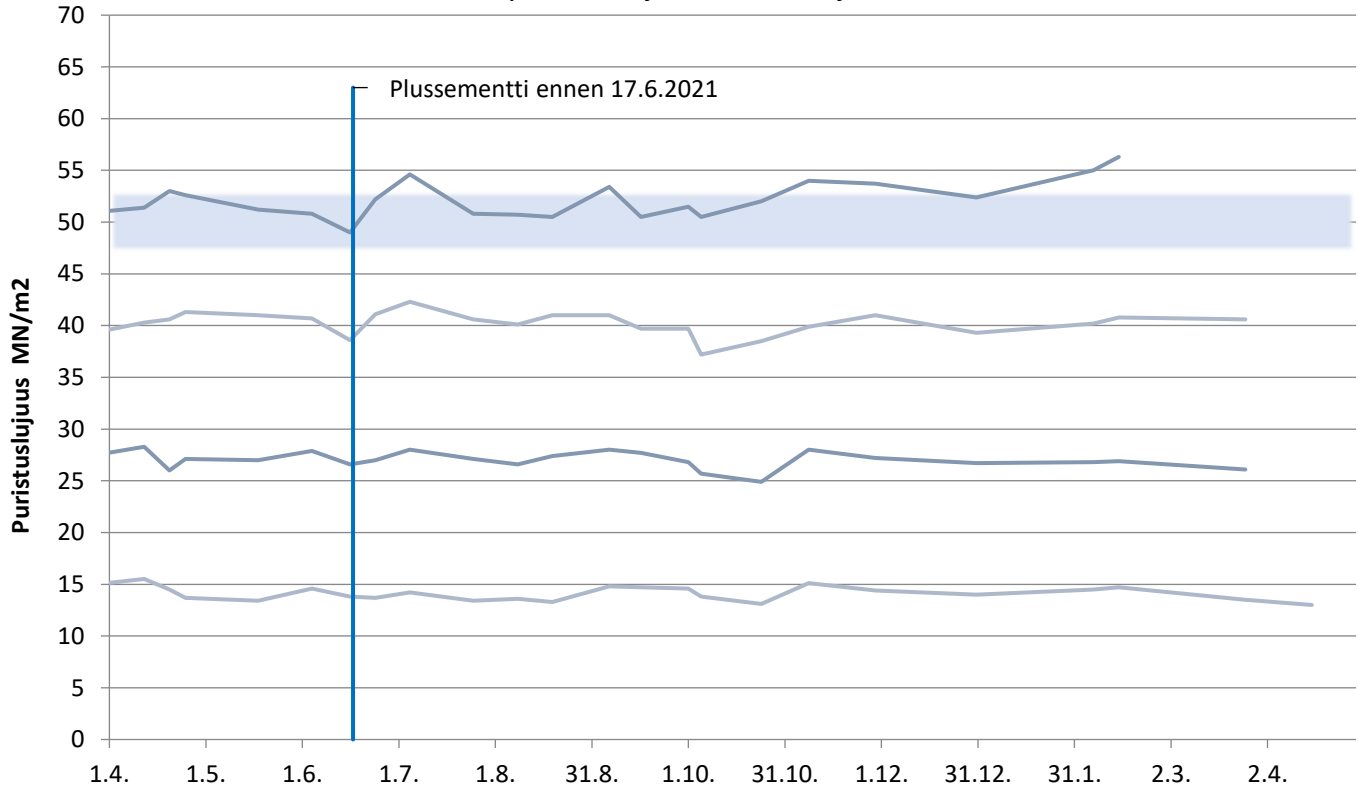


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

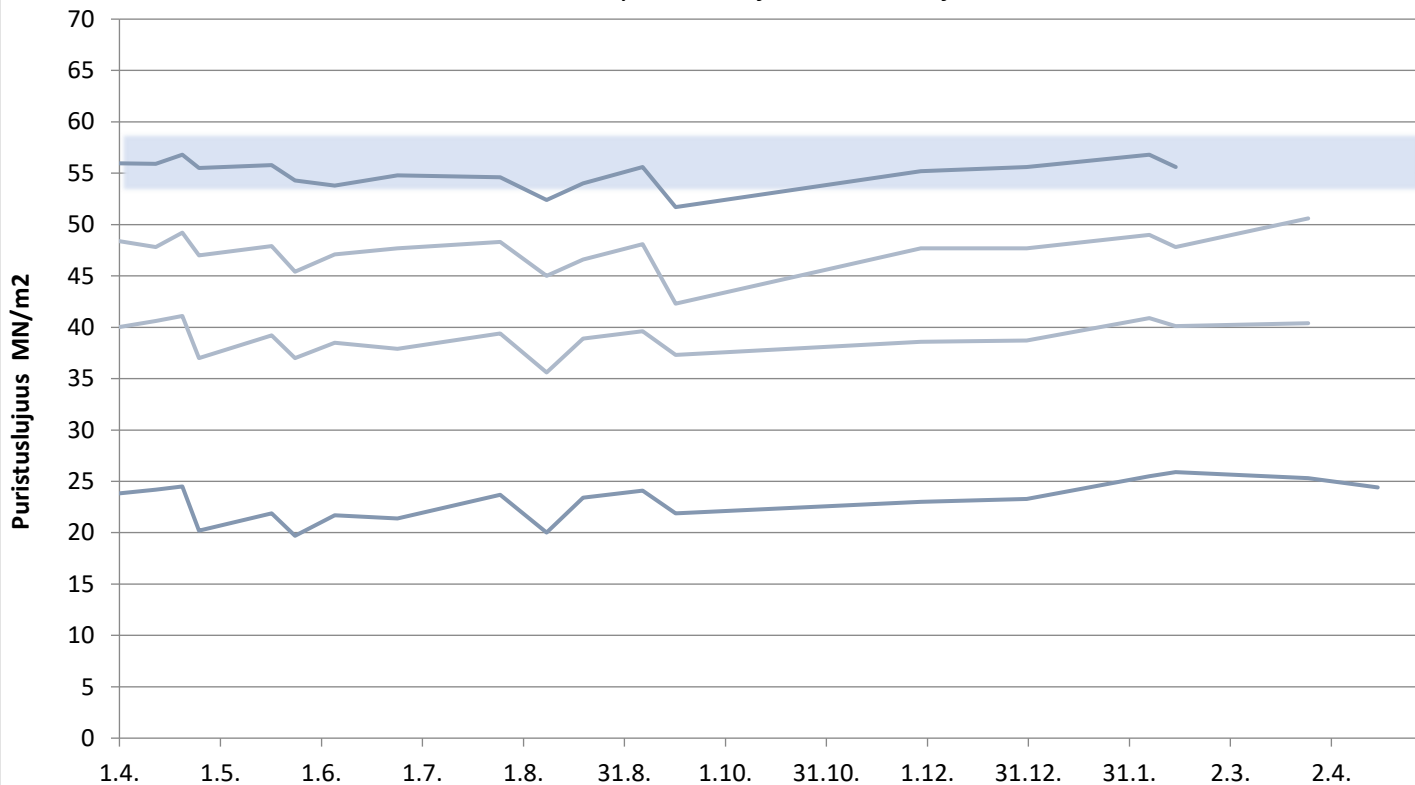


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

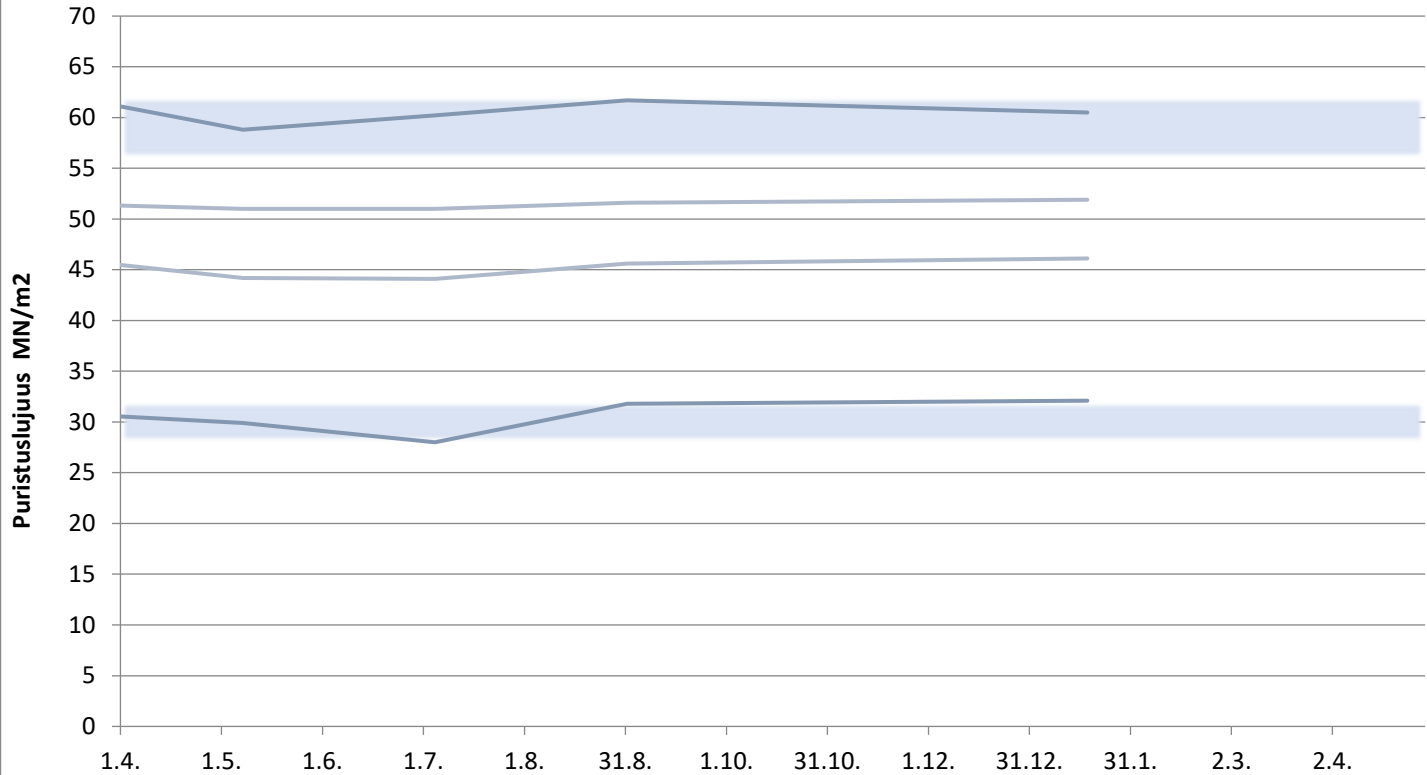

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

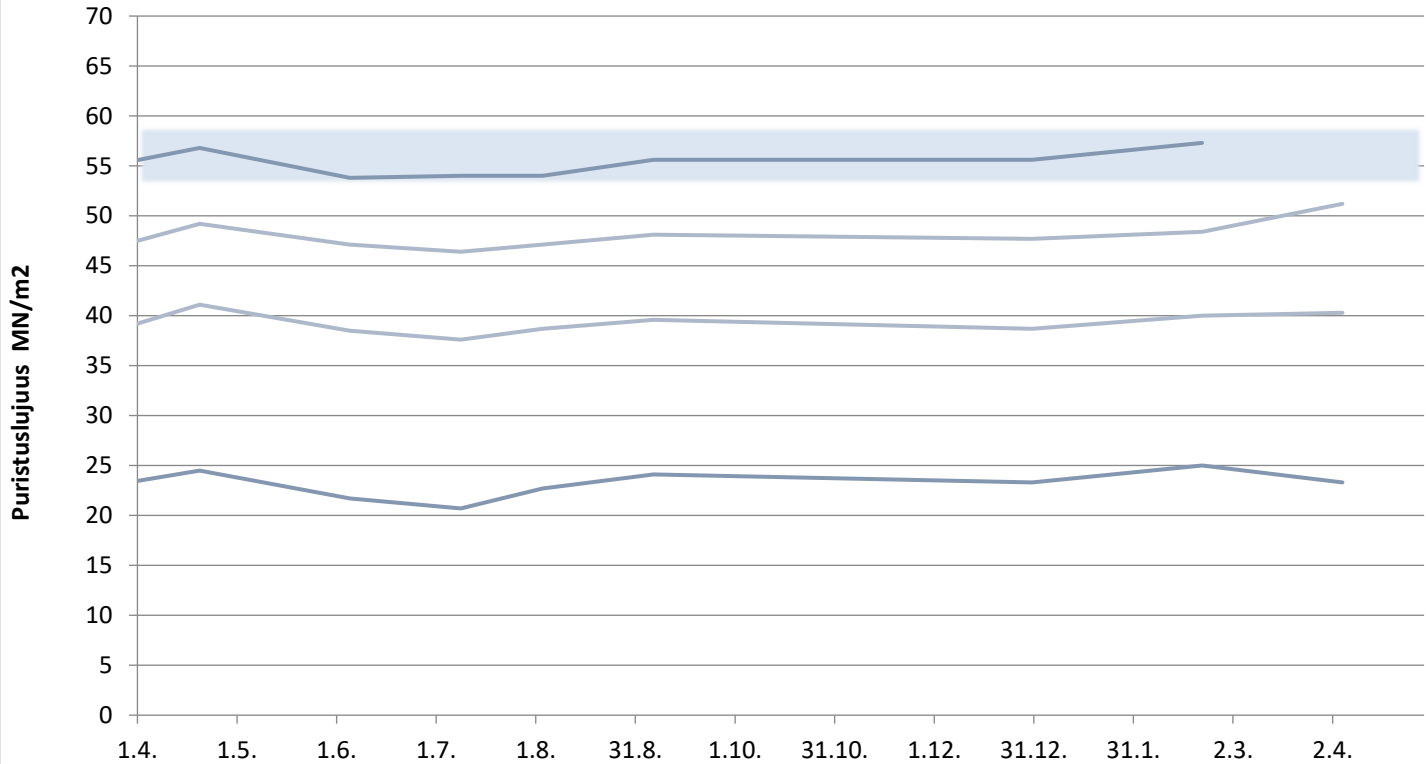

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 22.4.2022

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

