

Laatuinformaatio vko 19

pvm:

12.5.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	29.04.	13	26.04.	39	01.04.	55	440	35	11	17						
	03.05.	14	29.04.	39	05.04.	55										
	06.05.	13	03.05.	39	08.04.	56										
Rapidsementti CEM III/A-LL 42.5 R	29.04.	23	26.04.	47	01.04.	58	470	31	8	4						
	03.05.	24	29.04.	47	05.04.	58										
	06.05.	23	03.05.	47	08.04.	58										
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	29.04.	33	29.04.	47	01.04.	63	550	33	4	0						
	03.05.	33	03.05.	46	05.04.	63										
	06.05.	33	06.05.	45	08.04.	63										
Ykkössementti CEM I 42.5 R	29.04.	18	29.04.	33	01.04.	54	400	28	4	0						
	03.05.	19	03.05.	33	05.04.	54										
	06.05.	19	06.05.	32	08.04.	56										
Kolmossementti CEM III/A 52,5 L	29.04.	13	26.04.	42	01.04.	65	500	42	2	40						
	03.05.	13	29.04.	44	05.04.	66										
	06.05.	13	03.05.	43	08.04.	67										
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	09.04.	23	09.04.	63	09.04.	77	420	82	0	0						

Lappeenranta

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-sementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	02.05.	12	25.04.	38	04.04.	56	440	33	14	19						
	04.05.	13	27.04.	38	06.04.	57										
	09.05.	13	02.05.	39	11.04.	56										
Rapidsementti CEM III/A-LL 52.5 N	27.04.	24	25.04.	53	30.03.	62	490	29	11	0						
	02.05.	24	27.04.	53	04.04.	63										
	04.05.	24	02.05.	54	06.04.	63										
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	27.04.	30	25.04.	45	04.04.	69	550	30	5	0						
	02.05.	30	27.04.	45	06.04.	70										
	09.05.	31	02.05.	45	11.04.	69										
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	25.04.	30	25.04.	47	30.03.	56	360	22	5	0						
	27.04.	31	27.04.	48	04.04.	57										
	02.05.	29	02.05.	47	06.04.	58										

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
11.04.	56 %	31.03.	90 %
18.04.	57 %	04.04.	91 %
21.04.	59 %	07.04.	90 %


Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205

Asiakaspalvelumme antaa mielellään lisätietoja 0201206200


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

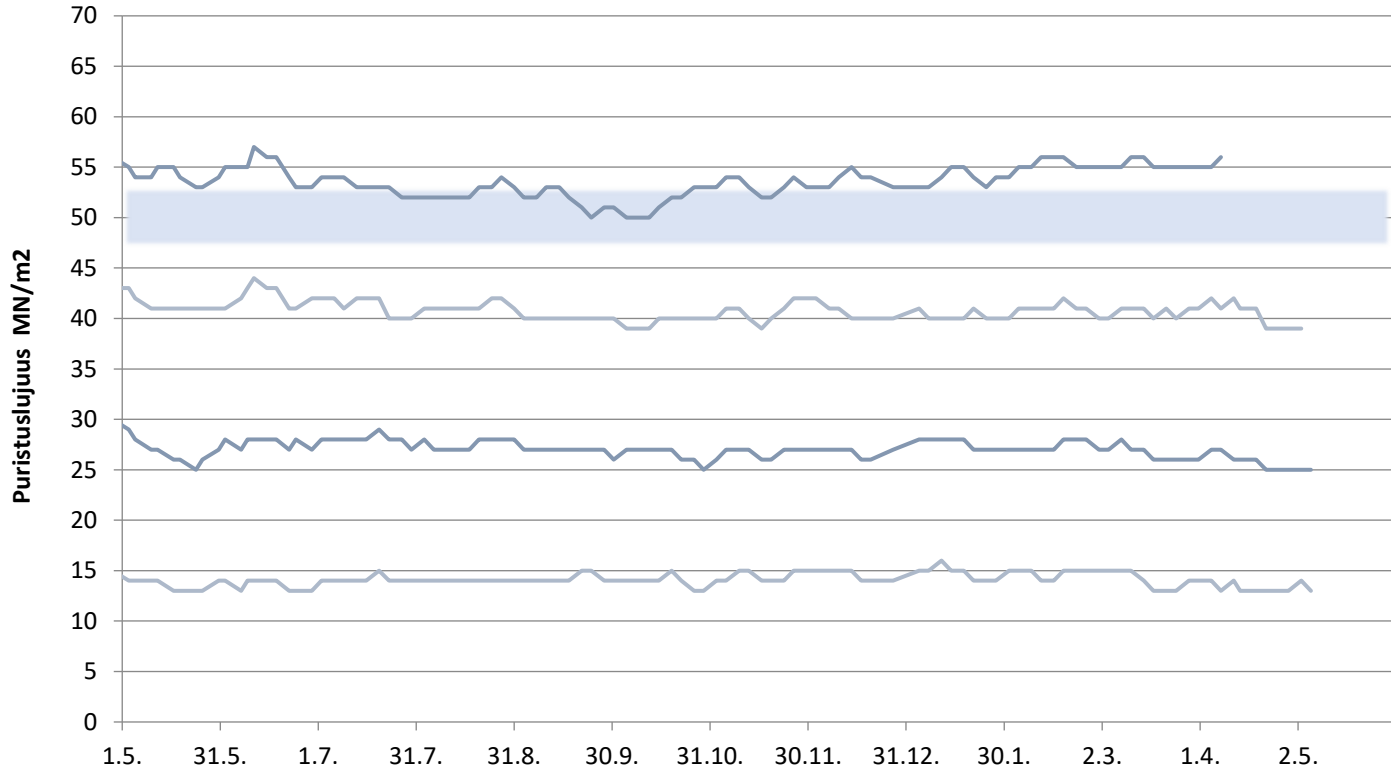


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

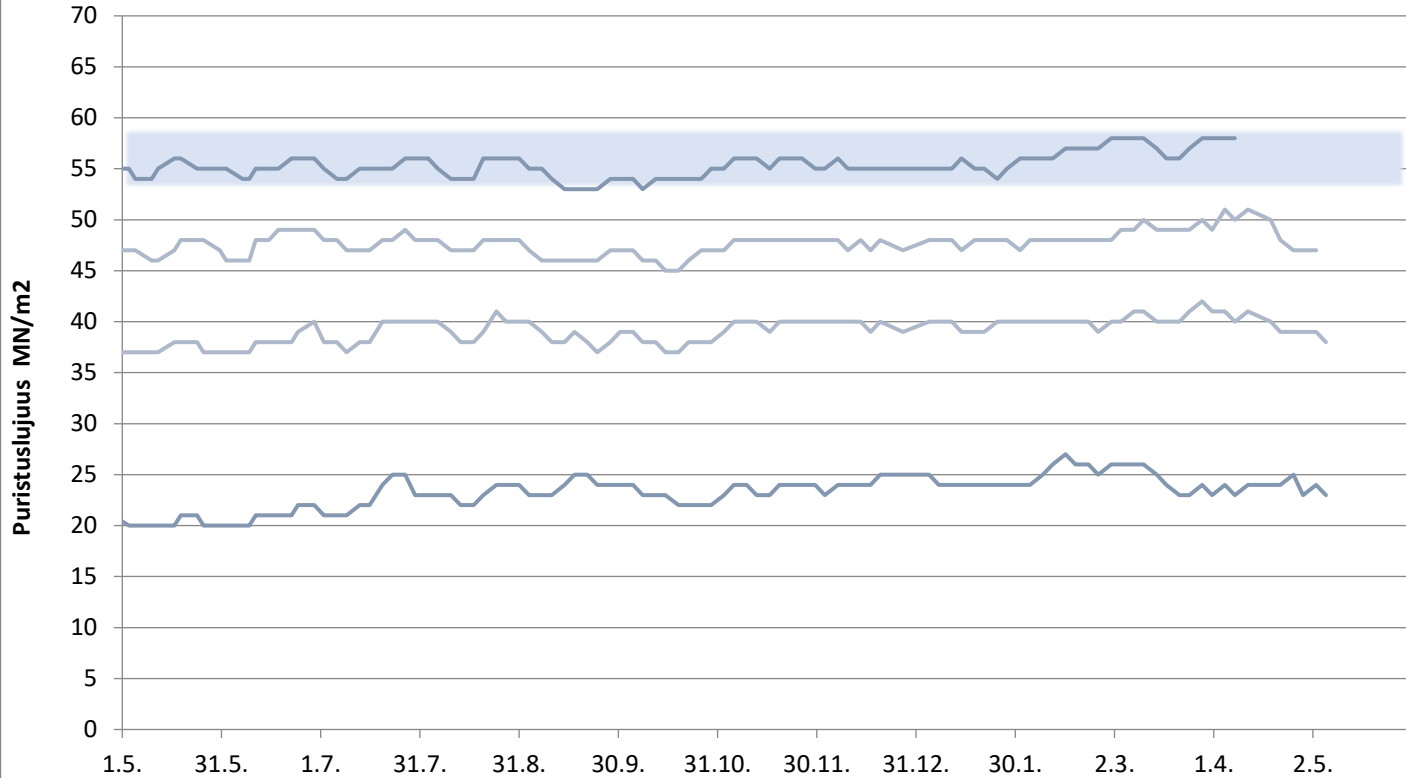


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

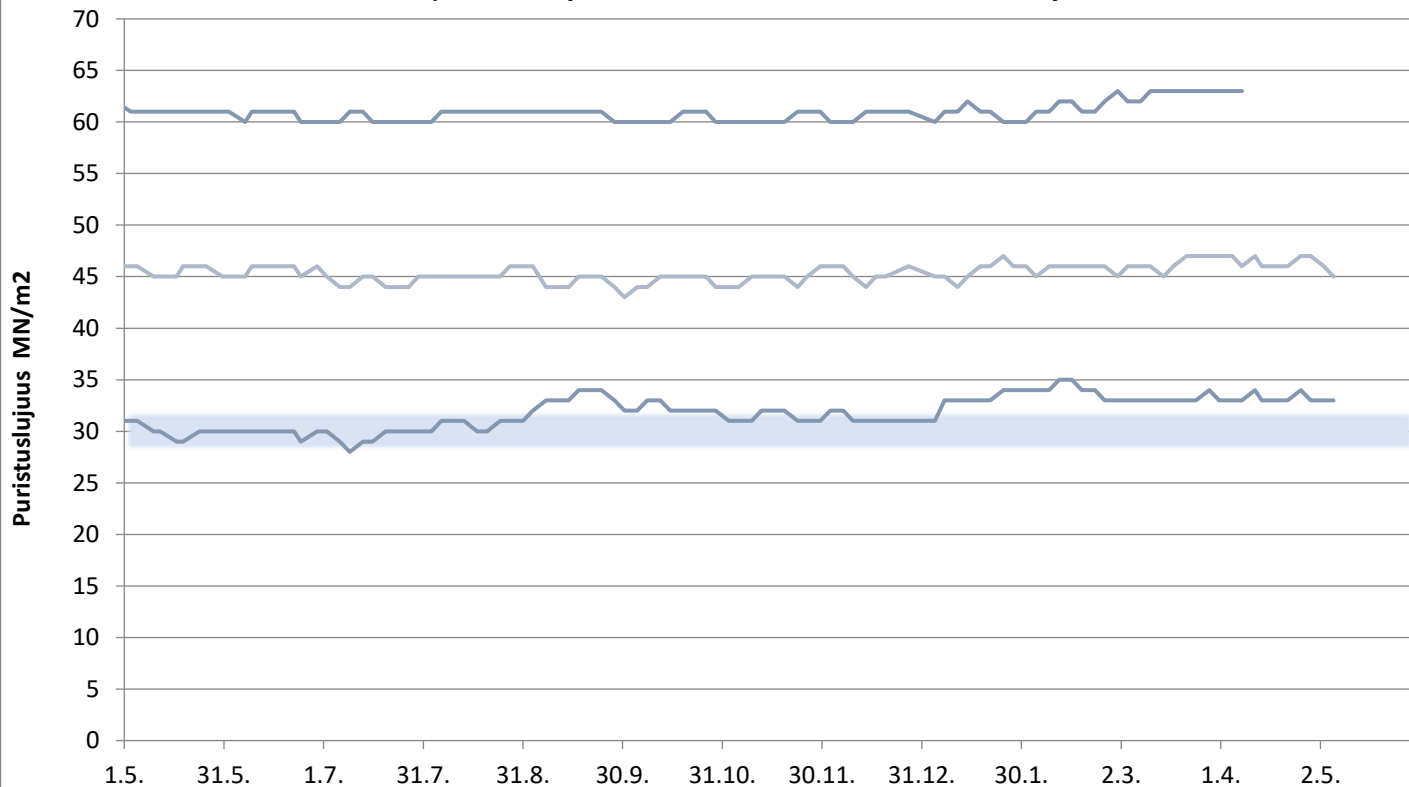


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

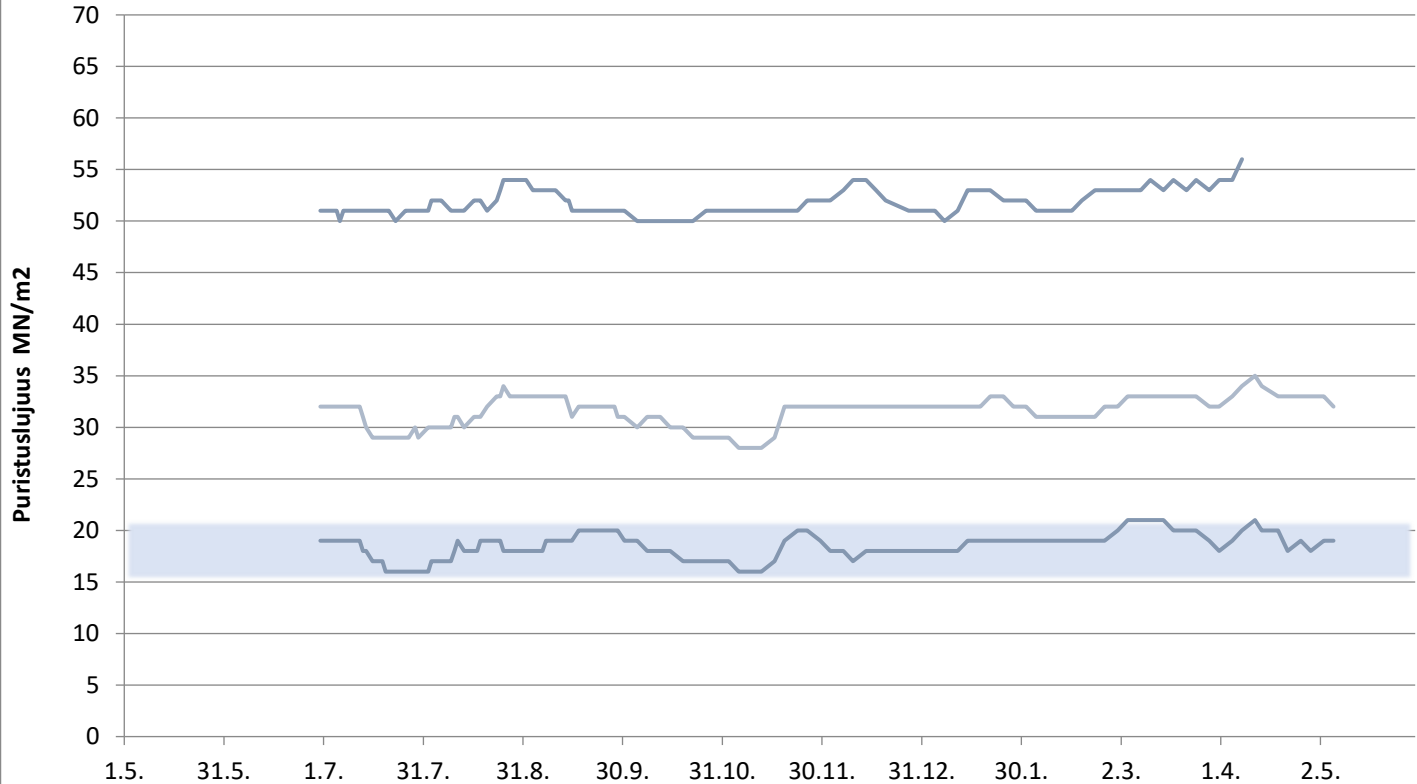


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

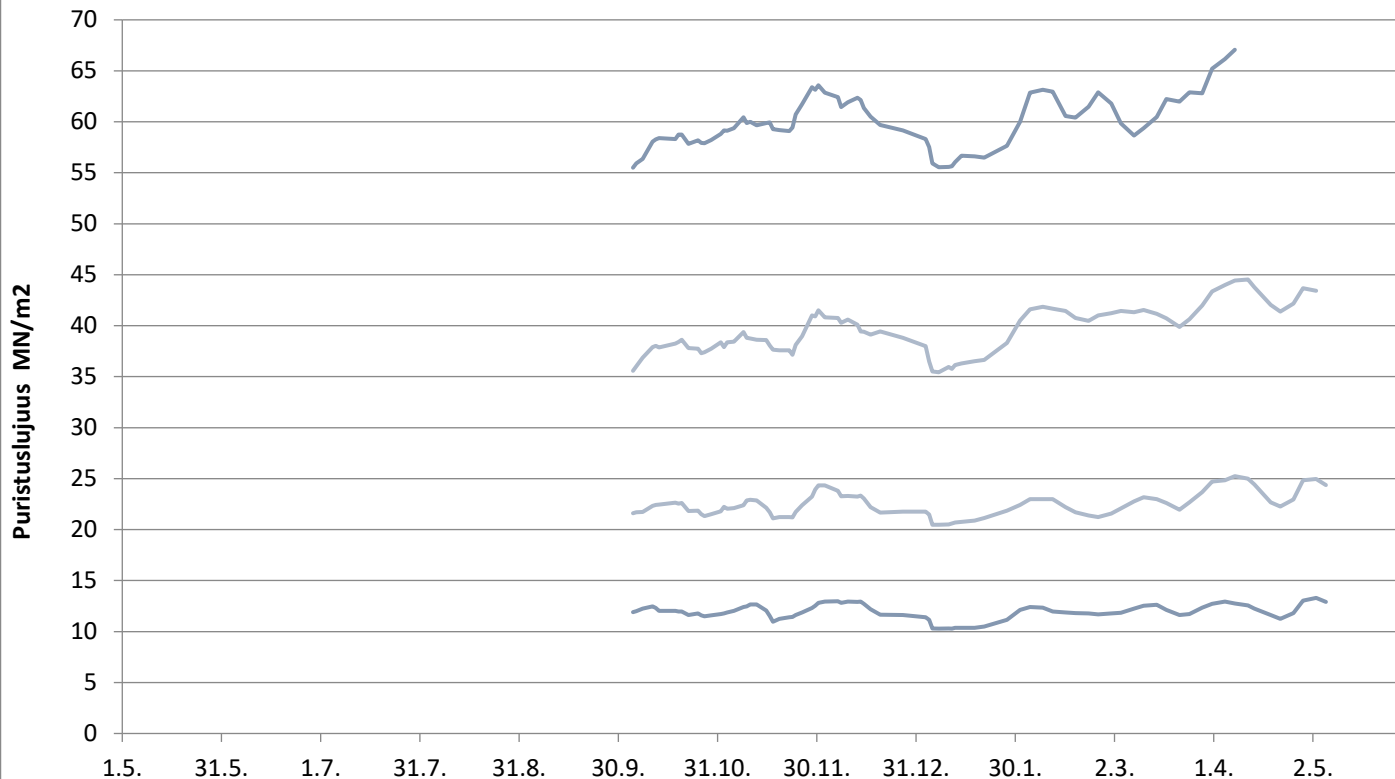


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

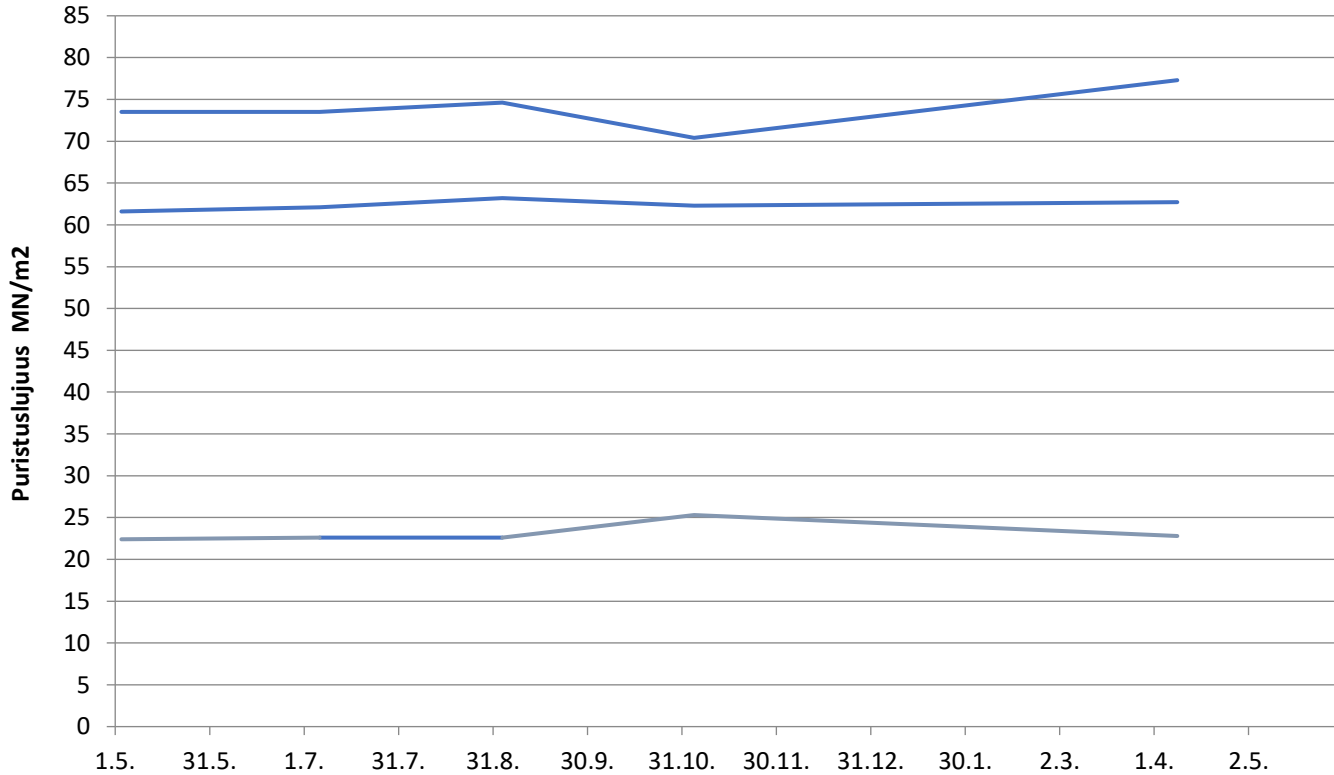

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

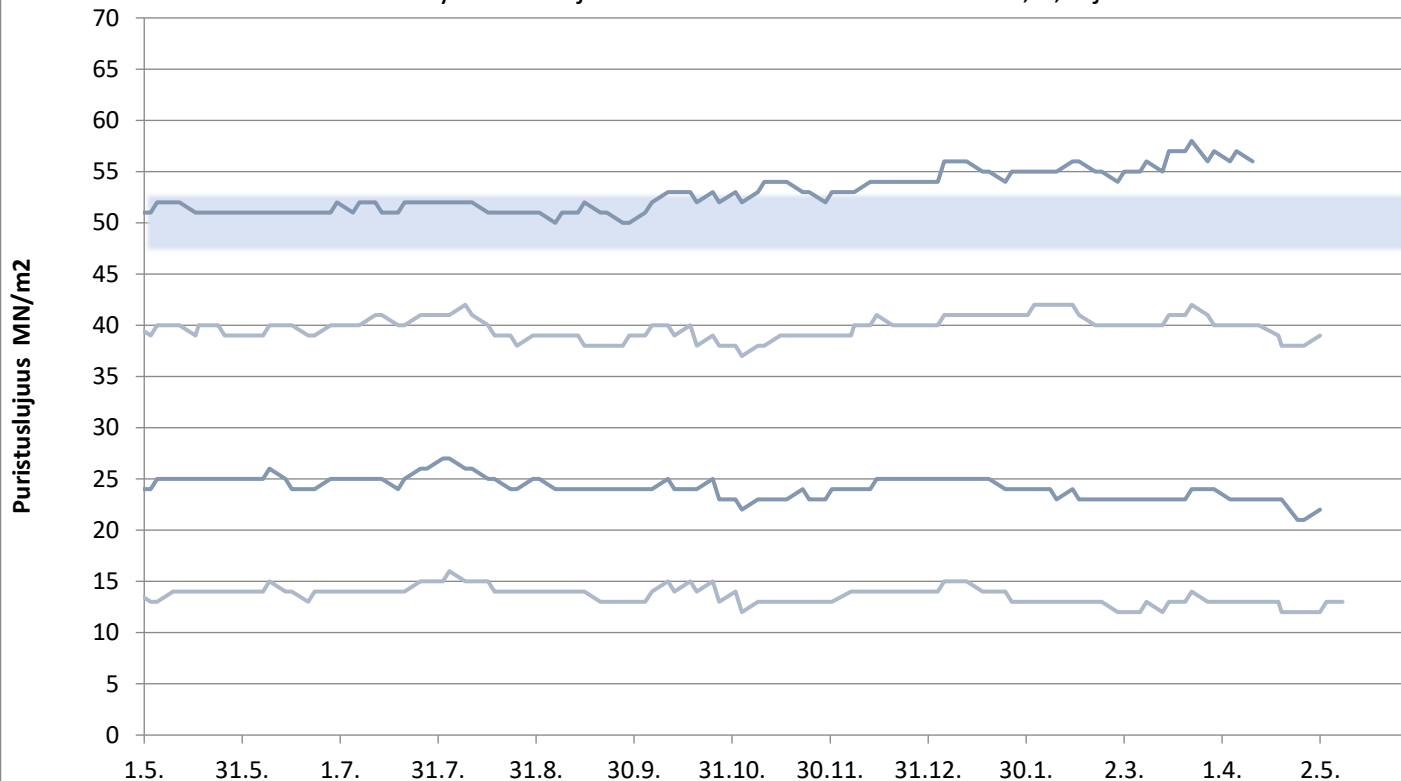

päivitetty 12.5.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

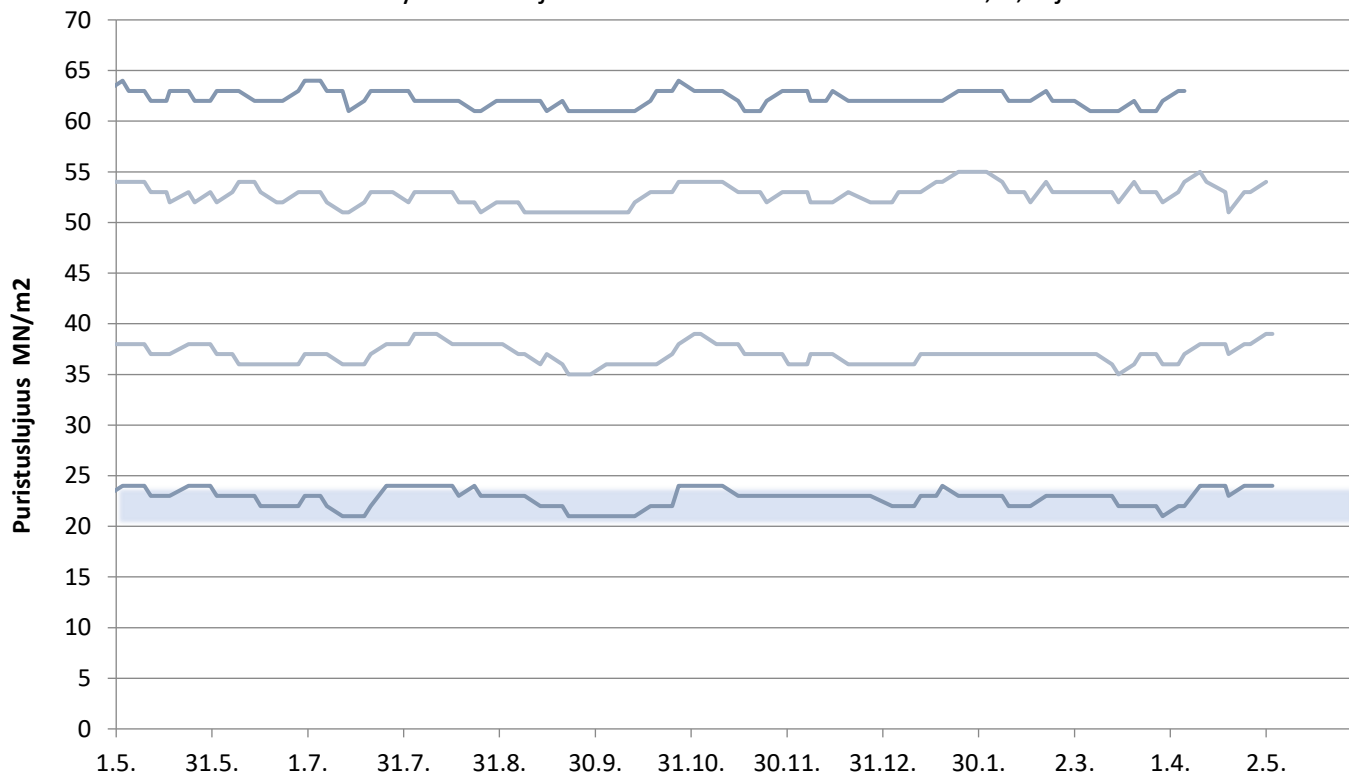

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

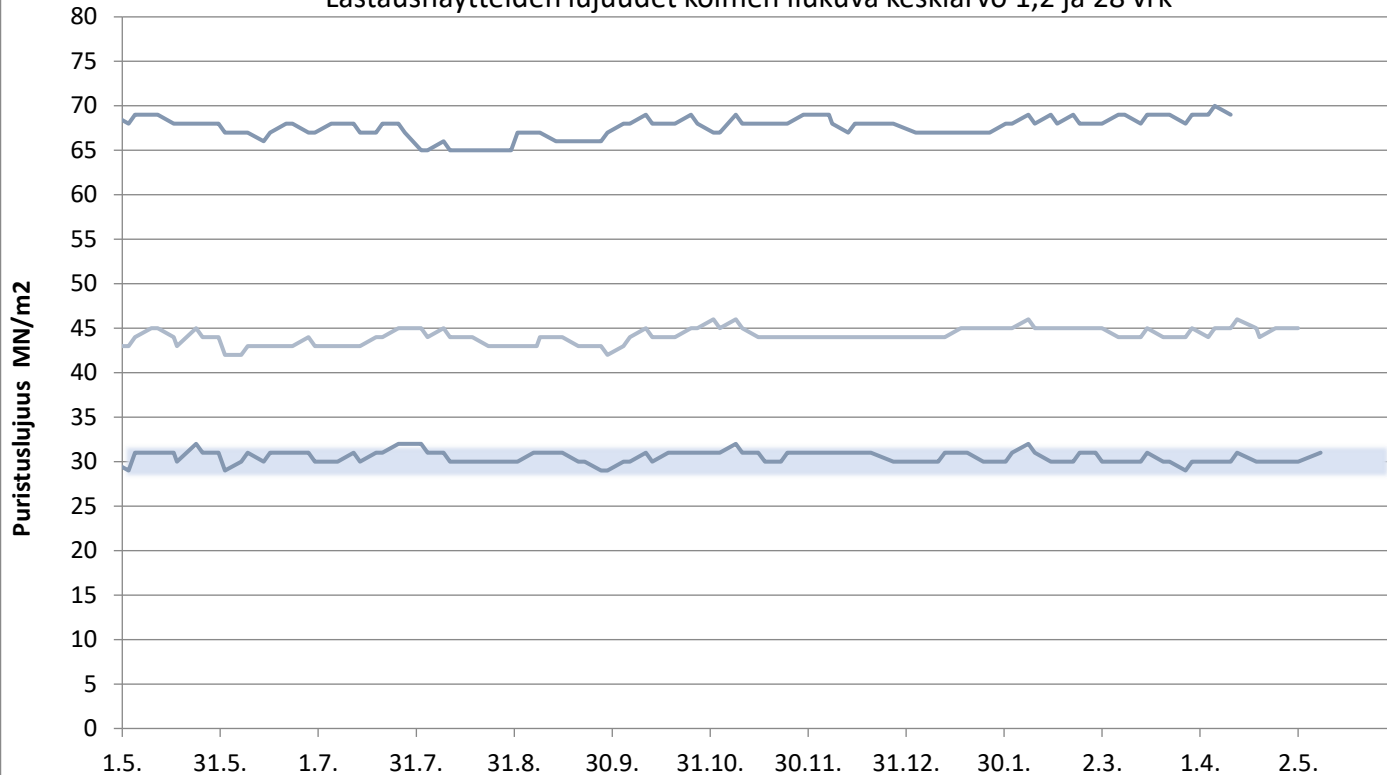


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 12.5.2022


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

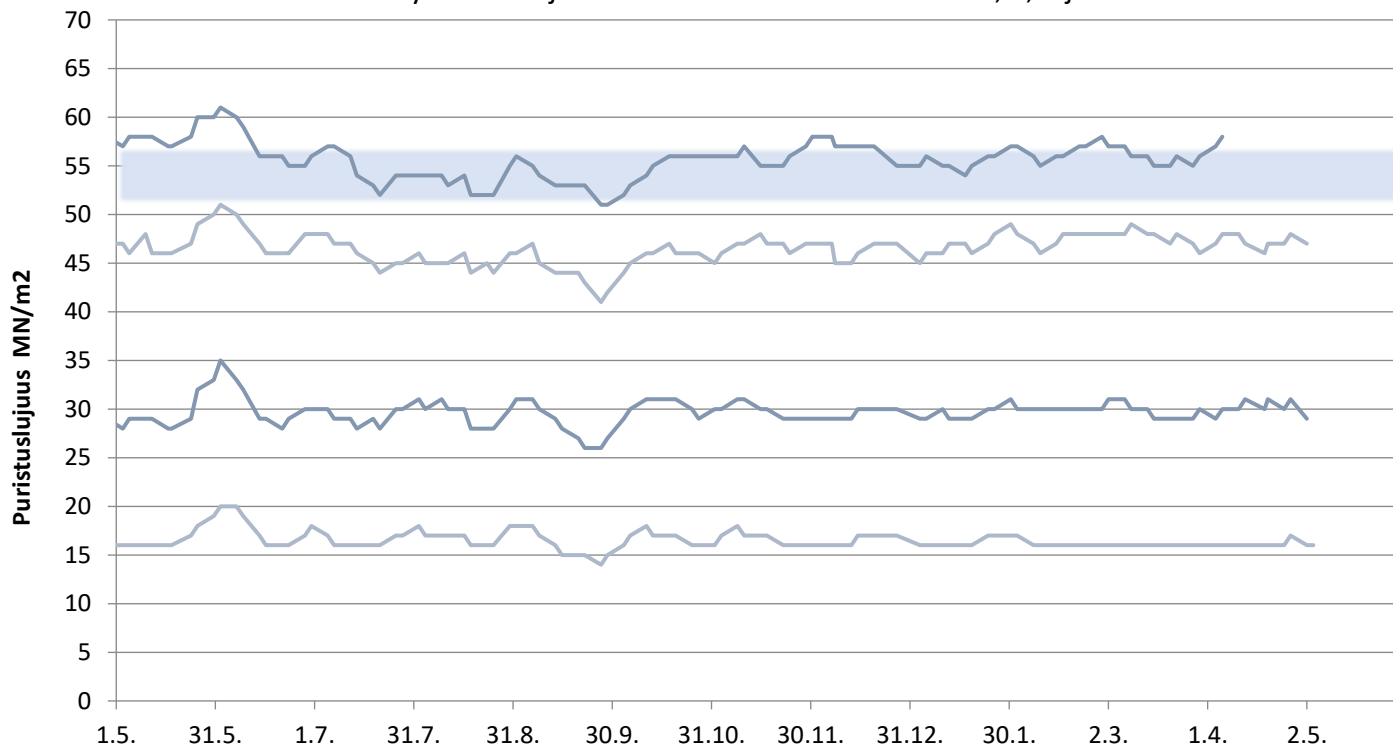


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

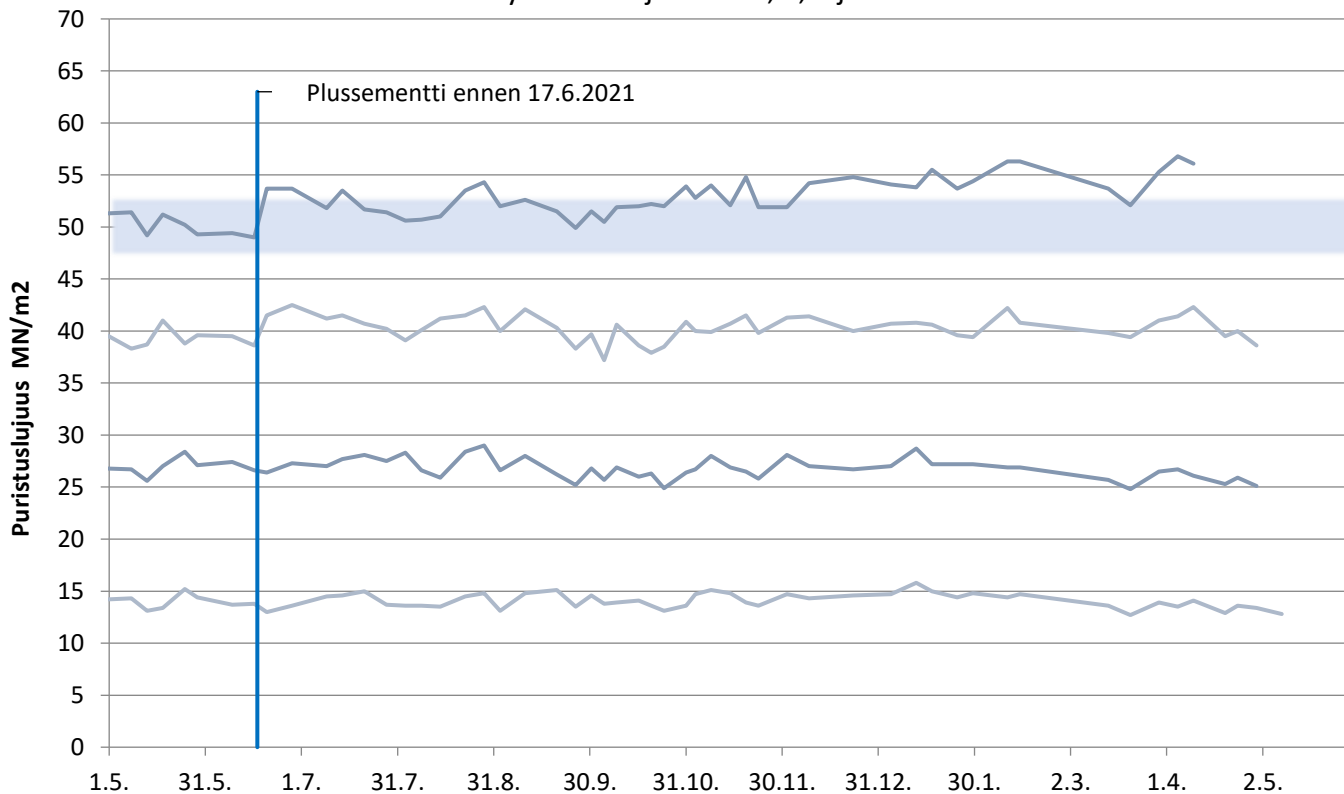


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

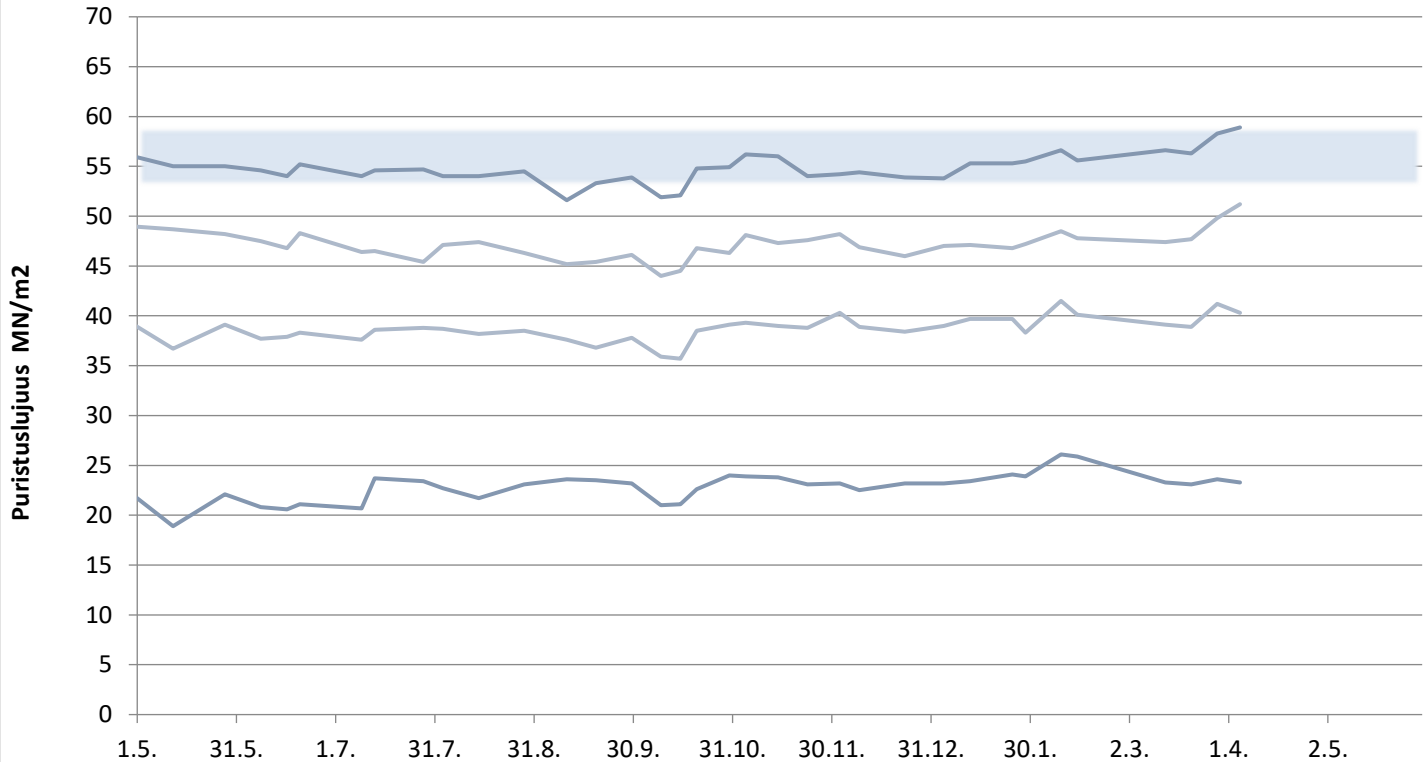


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

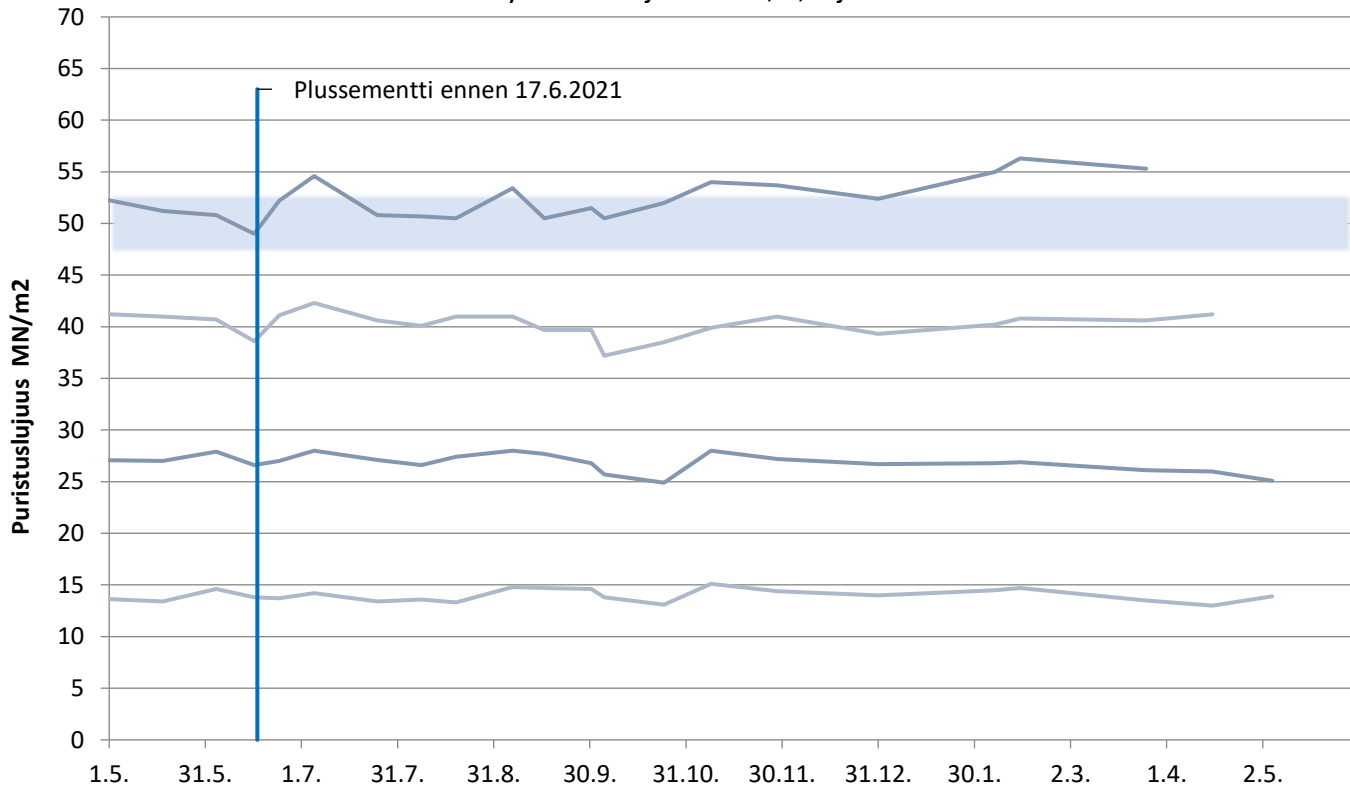


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

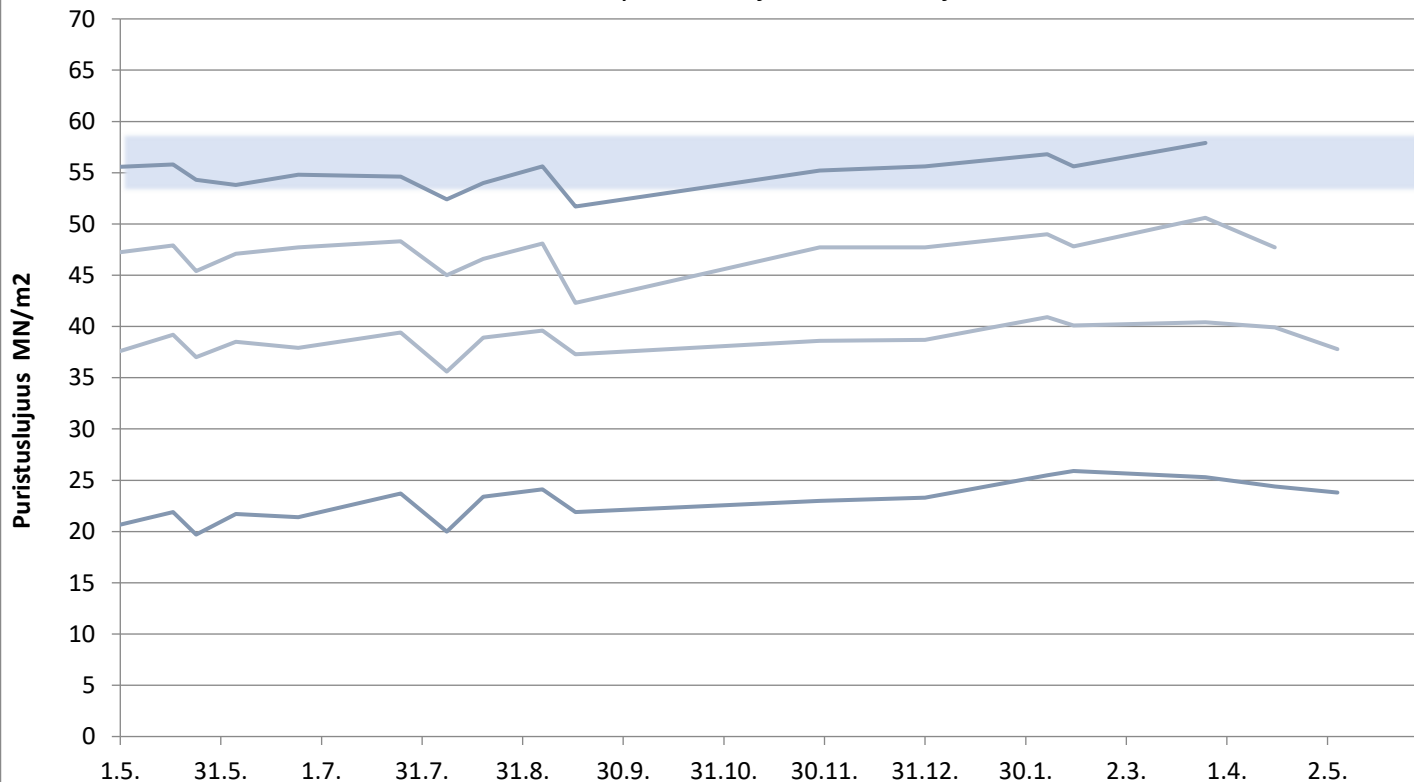


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

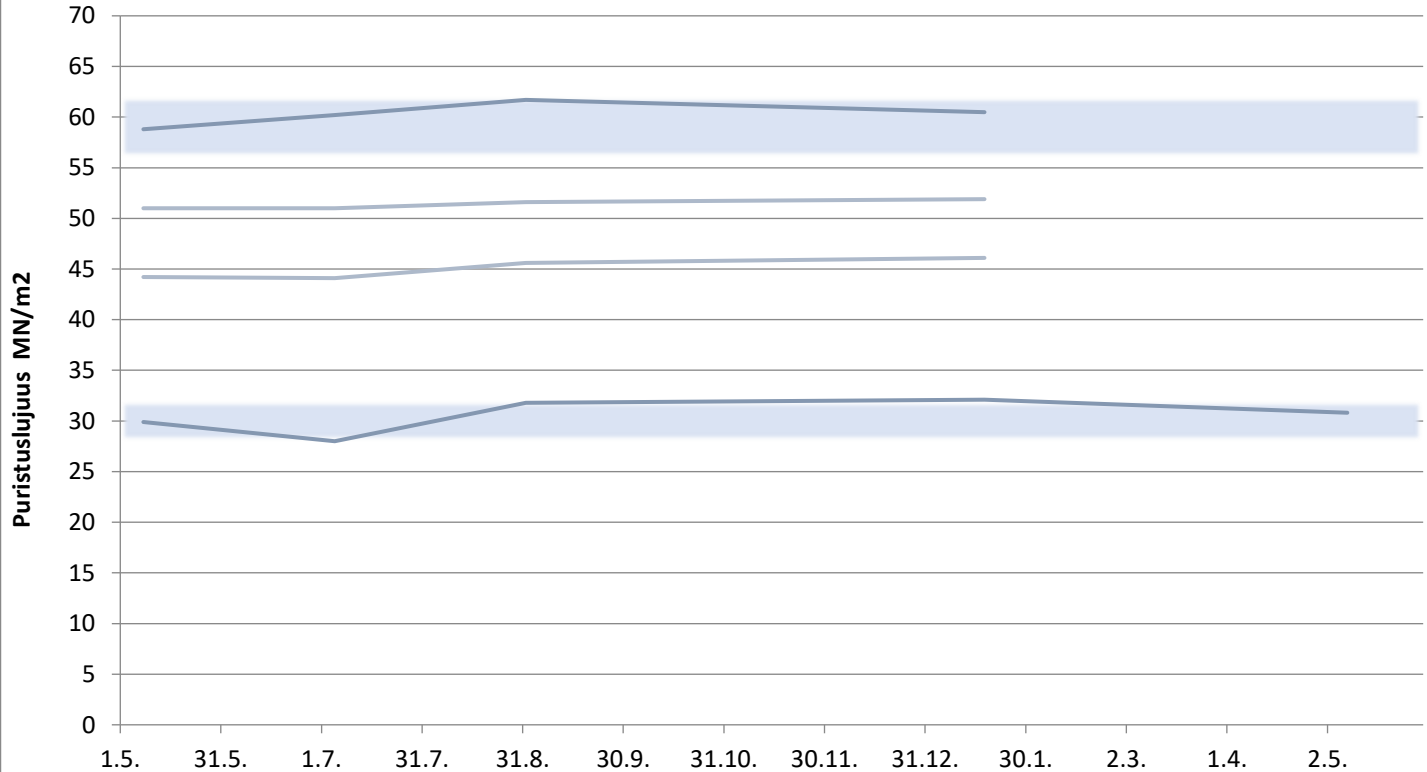

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

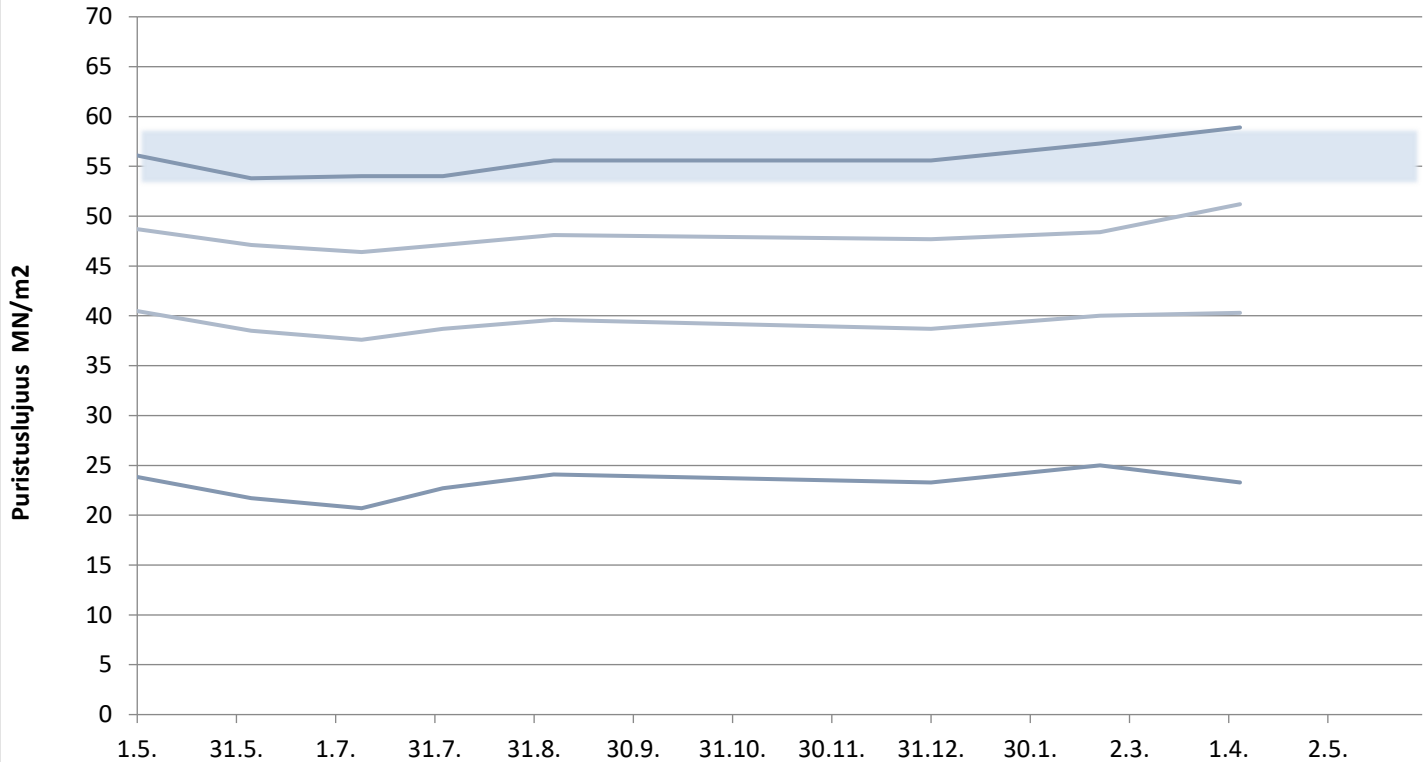

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

