

Laatuinformaatio vko 20

pvm:

19.5.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	06.05.	13	03.05.	39	08.04.	56	440	35	11	17
	10.05.	13	06.05.	39	12.04.	56				
	13.05.	13	10.05.	38	14.04.	56				
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	06.05.	23	03.05.	47	08.04.	58	480	31	8	4
	10.05.	24	06.05.	47	12.04.	57				
	13.05.	24	10.05.	47	19.04.	57				
Pikasementti CEM I 52.5 R	10.05.	34	06.05.	45	12.04.	63	550	33	4	0
	13.05.	33	10.05.	45	14.04.	63				
	17.05.	33	13.05.	44	19.04.	63				
Ykkösementti CEM I 42.5 R	06.05.	19	06.05.	32	08.04.	56	410	28	4	0
	10.05.	20	10.05.	32	12.04.	56				
	13.05.	21	13.05.	33	14.04.	57				
Kolmossementti CEM III/A 52,5 L	06.05.	13	03.05.	43	08.04.	67	490	39	2	40
	10.05.	12	06.05.	43	12.04.	67				
	13.05.	13	10.05.	42	14.04.	67				
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	09.04.	23	09.04.	63	09.04.	77	420	82	0	0

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	09.05.	13	02.05.	39	11.04.	56	440	33	15	17
	11.05.	13	09.05.	39	13.04.	57				
	16.05.	12	11.05.	39	19.04.	55				
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	09.05.	23	02.05.	54	11.04.	63	490	29	11	0
	11.05.	23	04.05.	54	13.04.	63				
	16.05.	23	09.05.	54	19.04.	62				
Pikasementti CEM I 52.5 R	09.05.	31	09.05.	46	13.04.	69	550	30	5	0
	11.05.	31	11.05.	46	19.04.	68				
	16.05.	31	16.05.	47	20.04.	67				
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	04.05.	29	02.05.	47	11.04.	57	360	22	5	0
	09.05.	28	04.05.	47	13.04.	56				
	11.05.	30	09.05.	47	19.04.	55				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
25.04.	61 %	04.04.	91 %
28.04.	60 %	07.04.	90 %
02.05.	61 %	11.04.	89 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

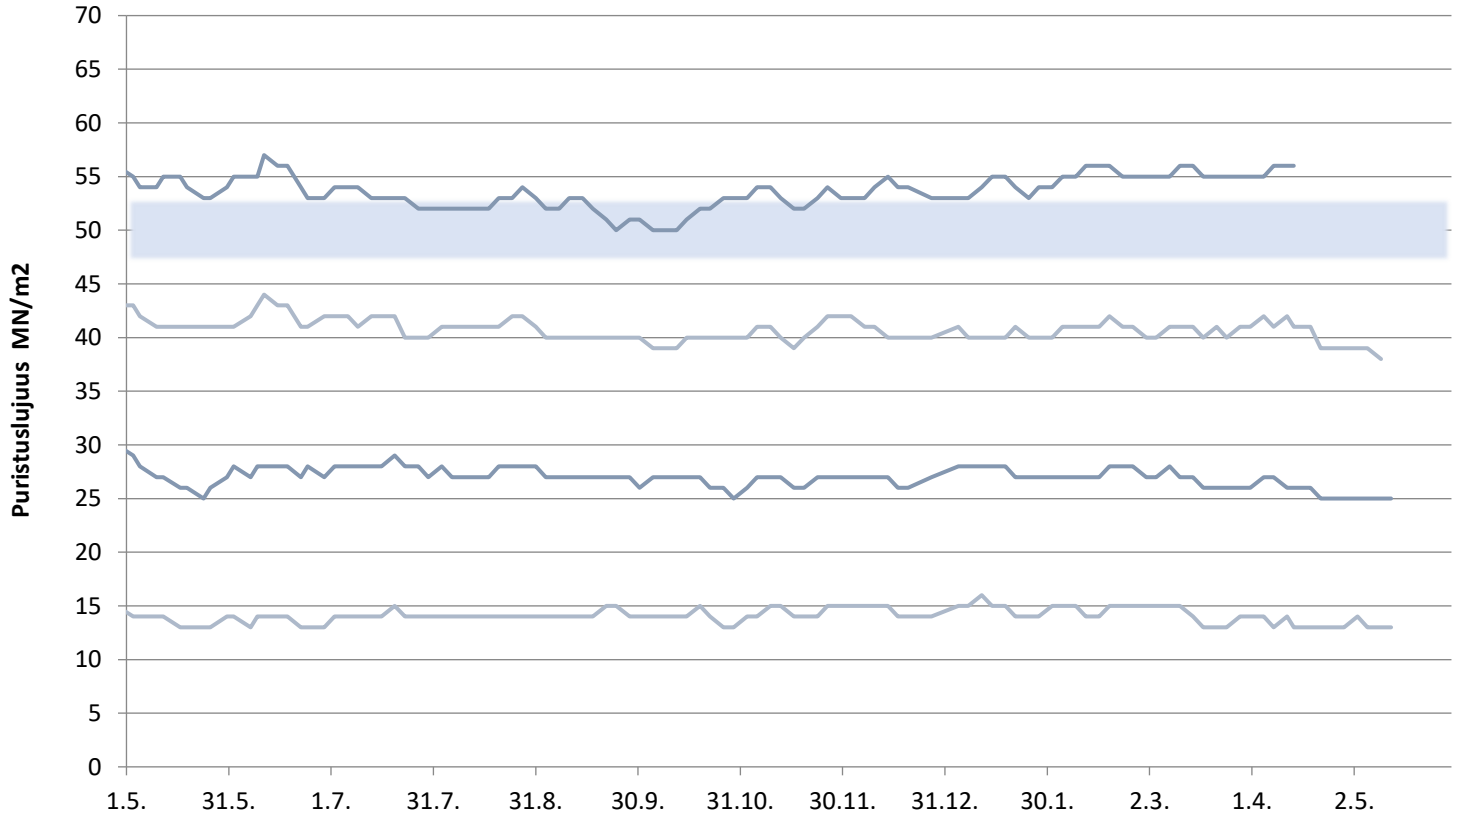


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

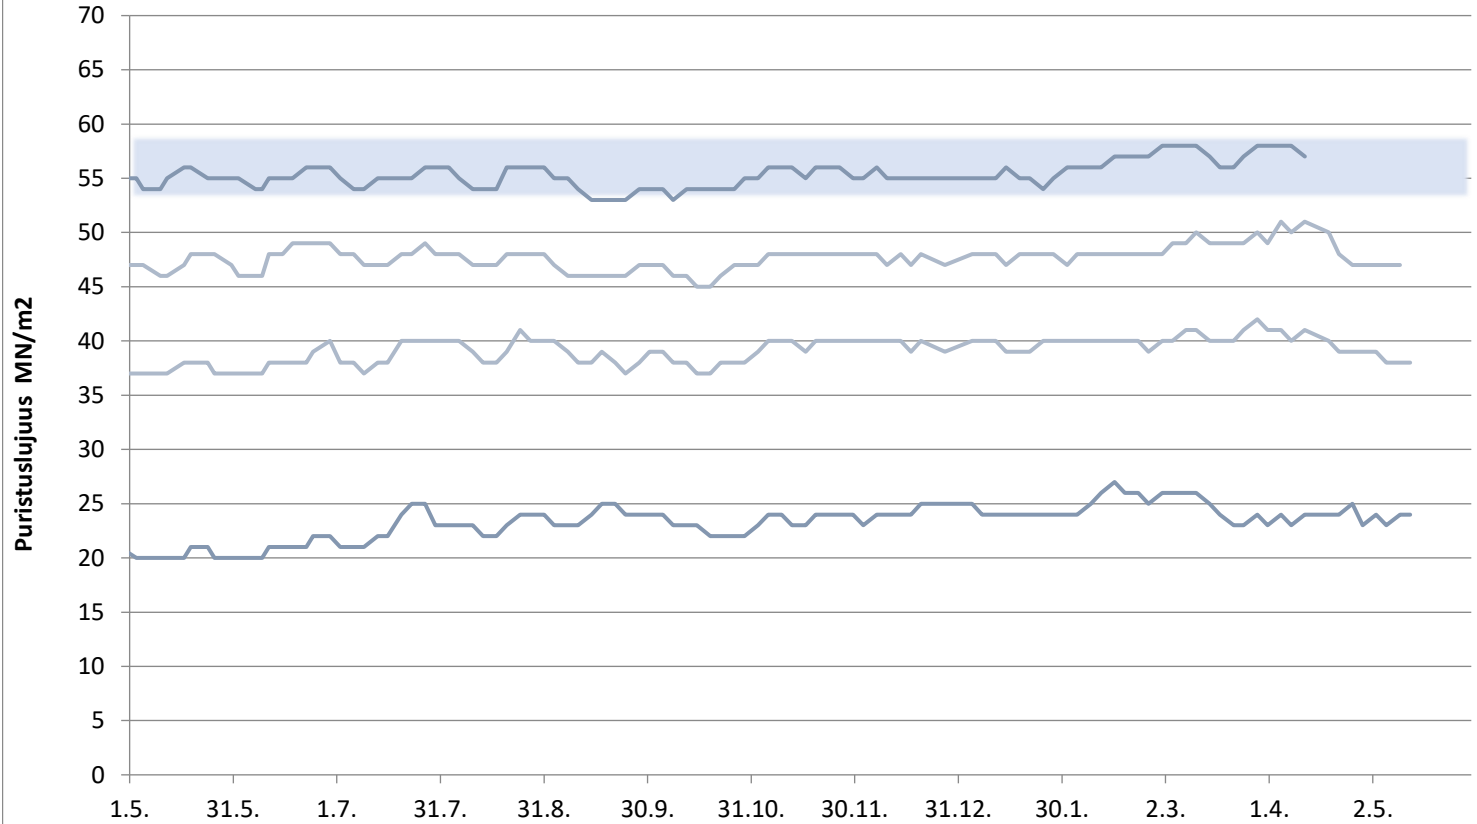


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

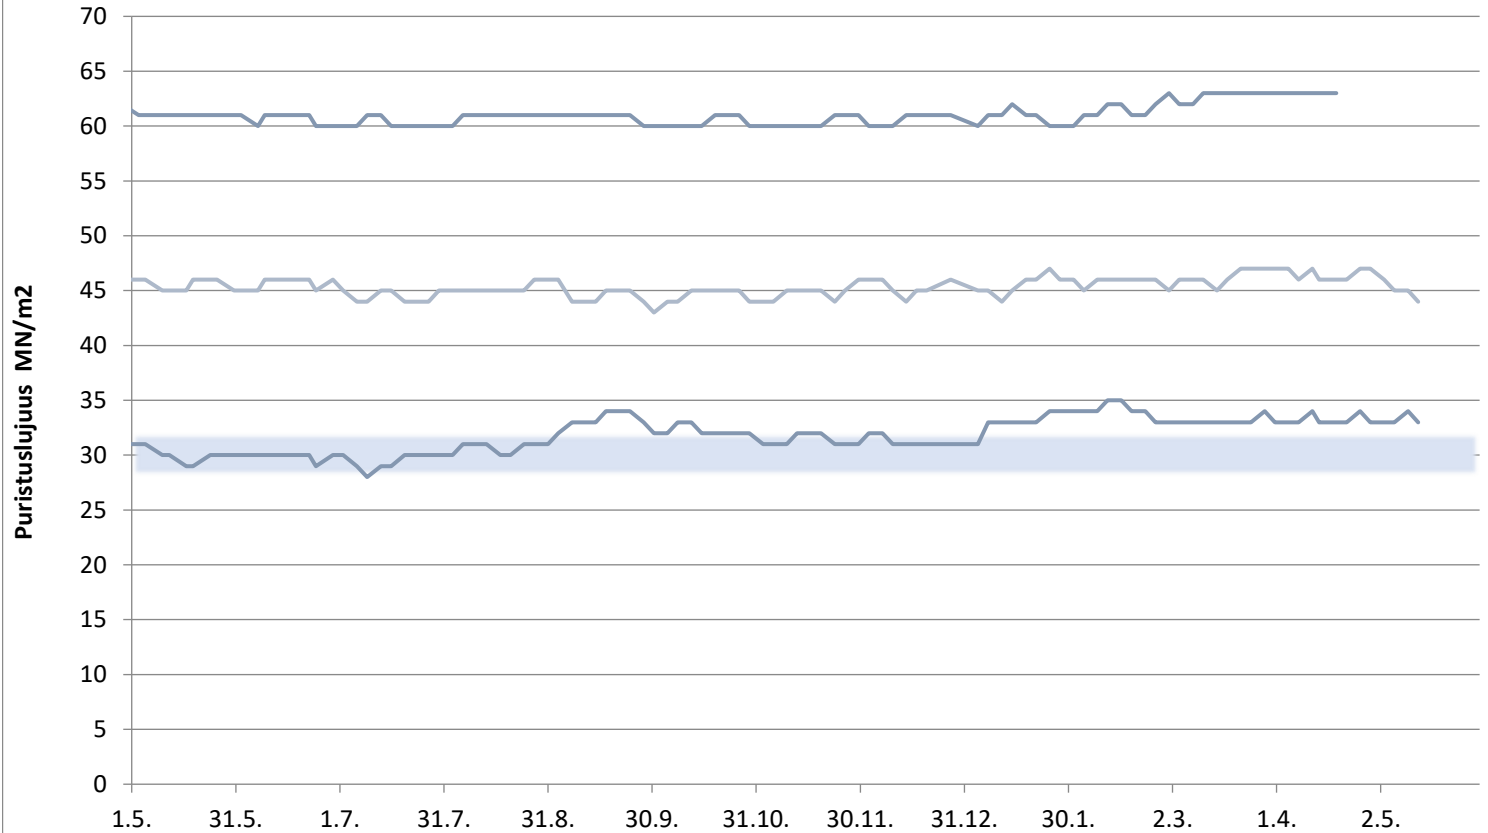


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

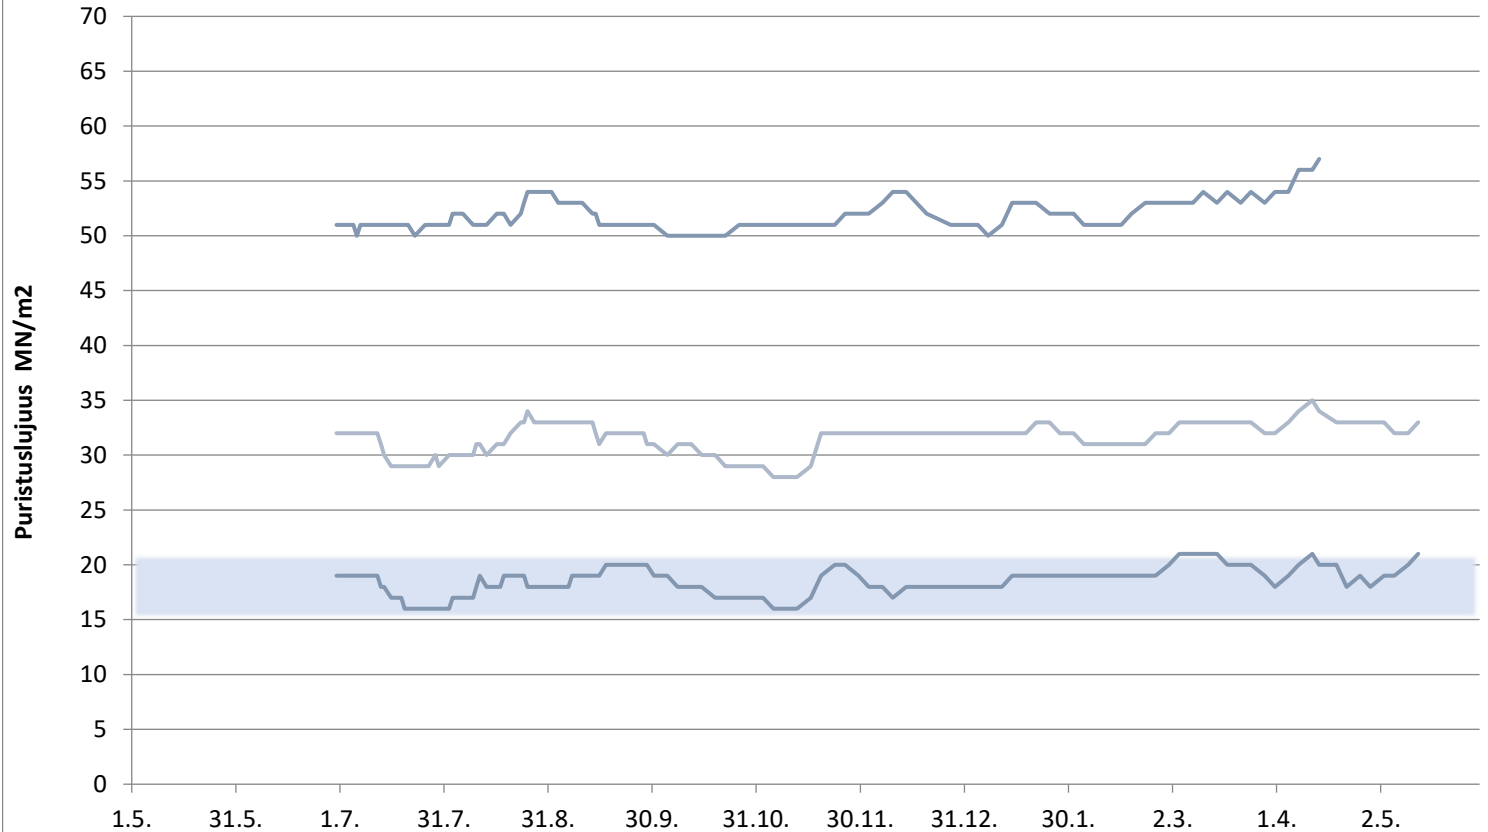


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

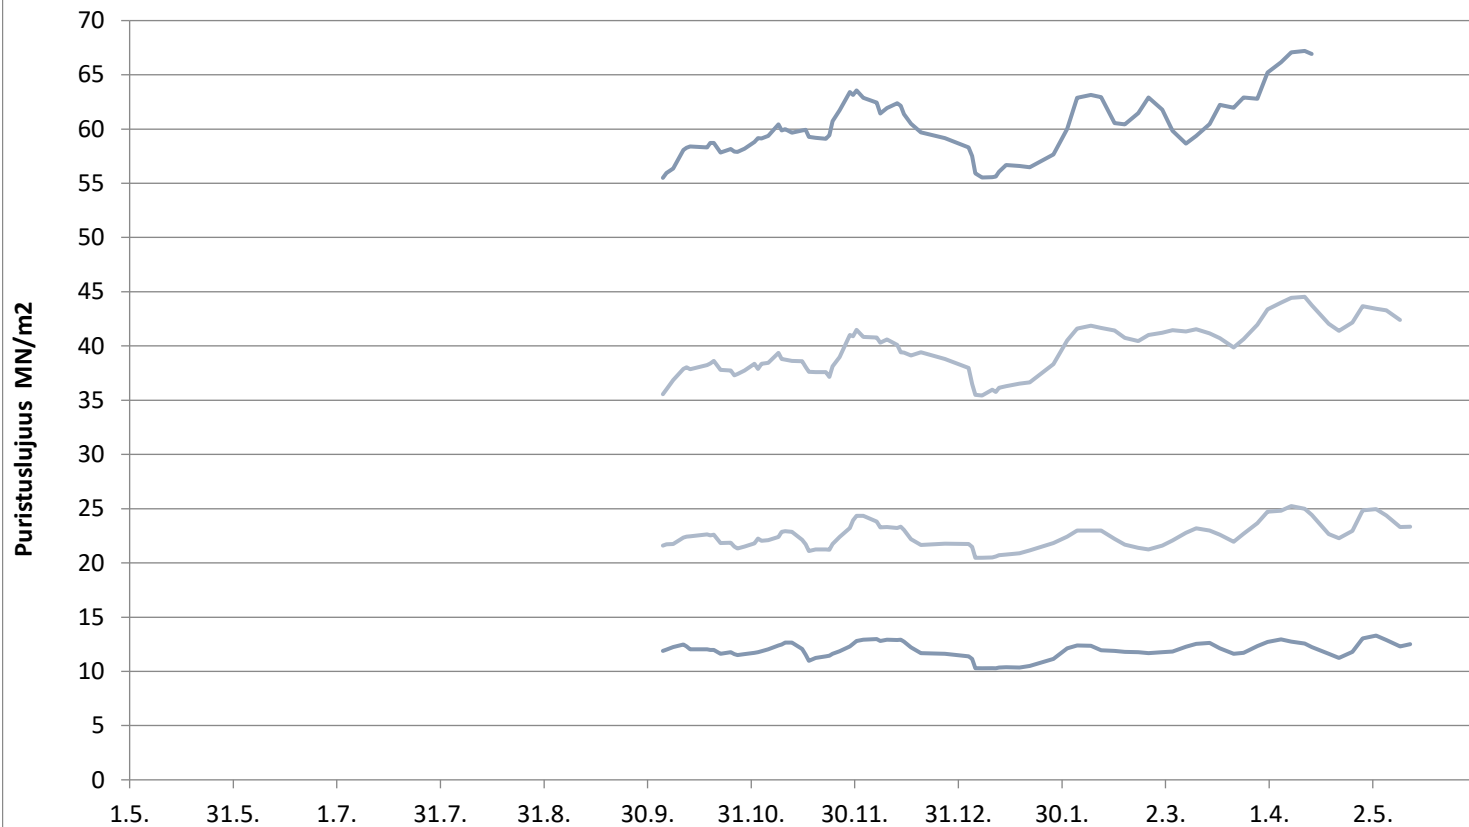


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

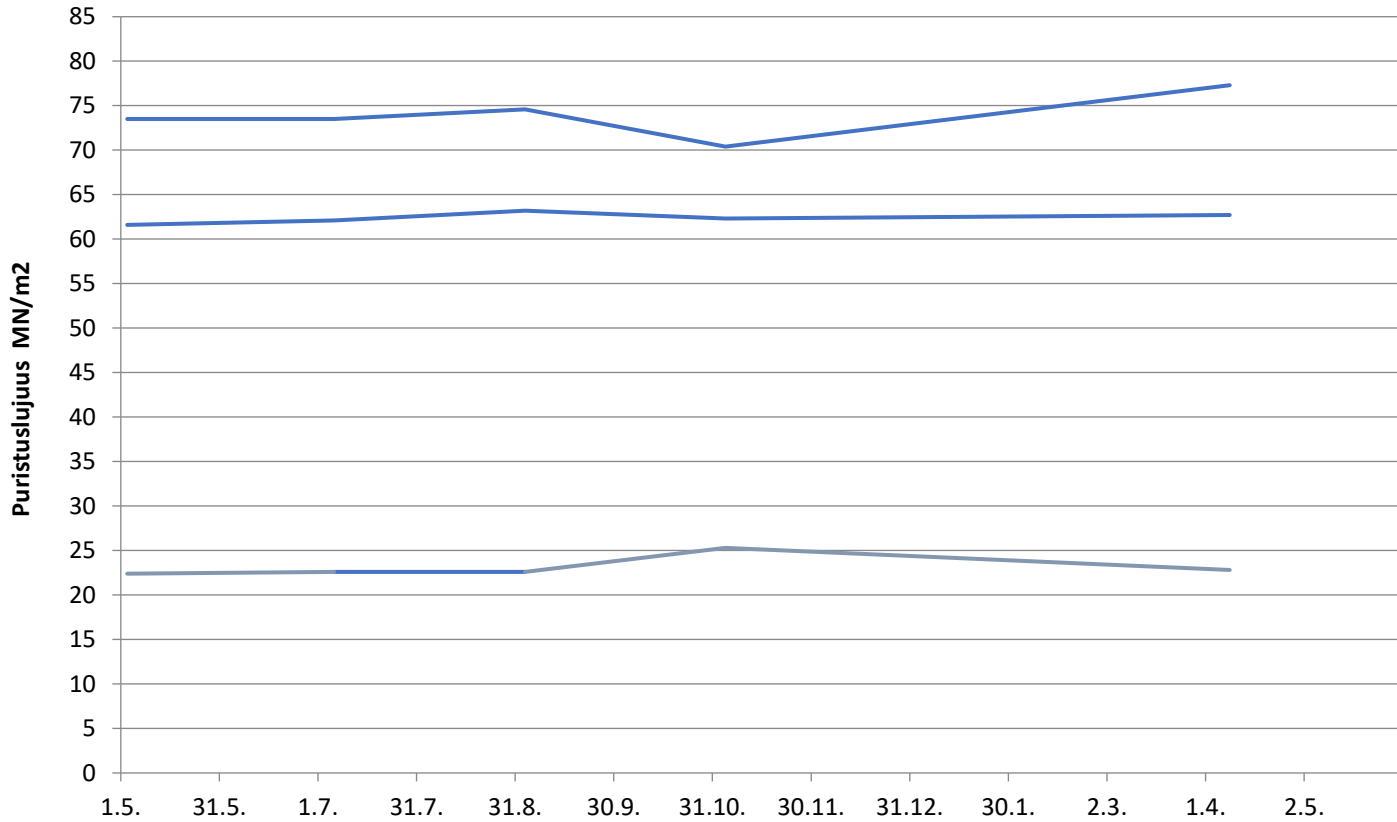

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

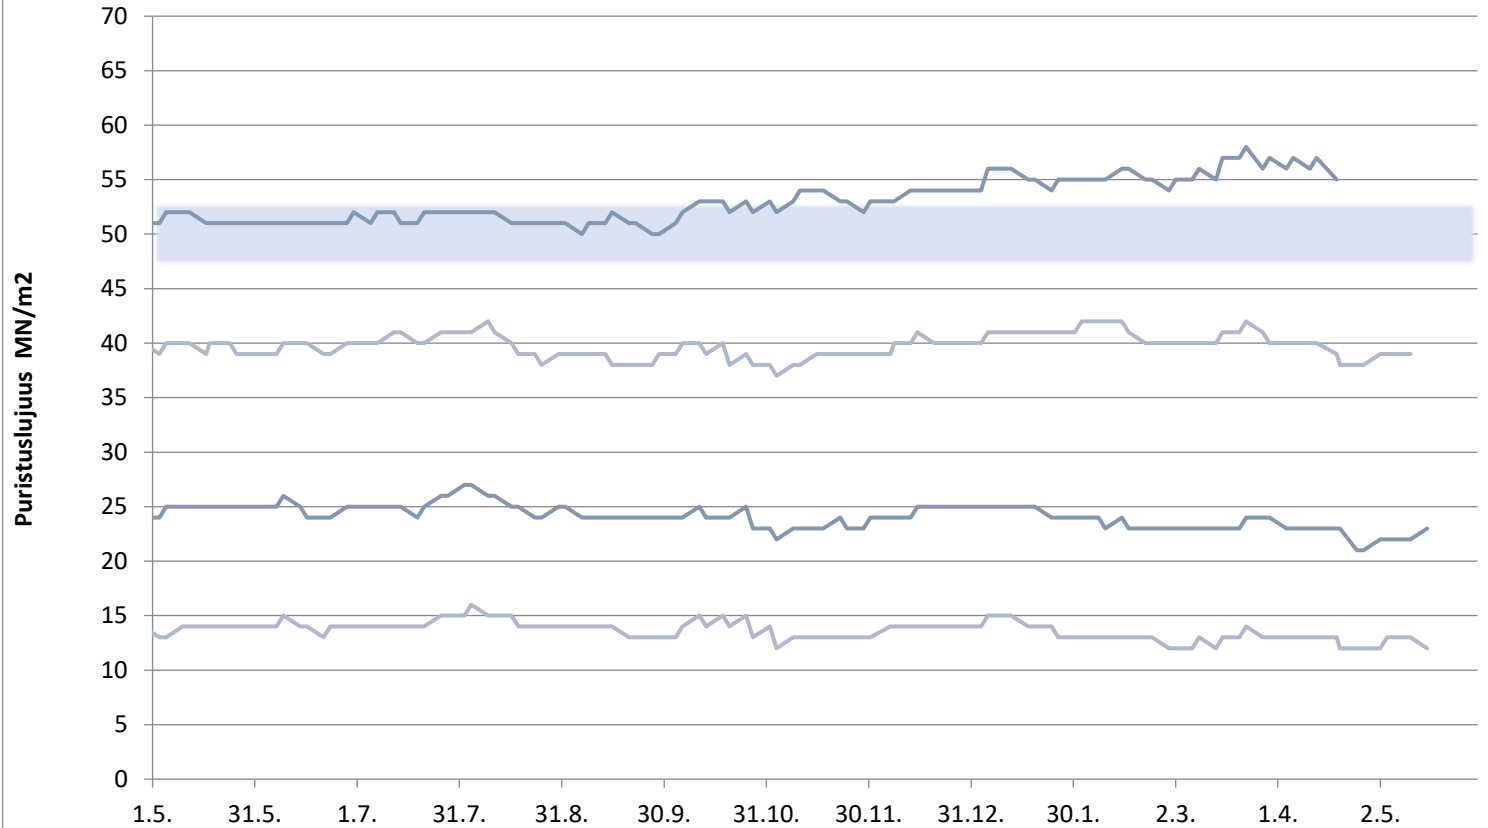

päivitetty 19.5.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

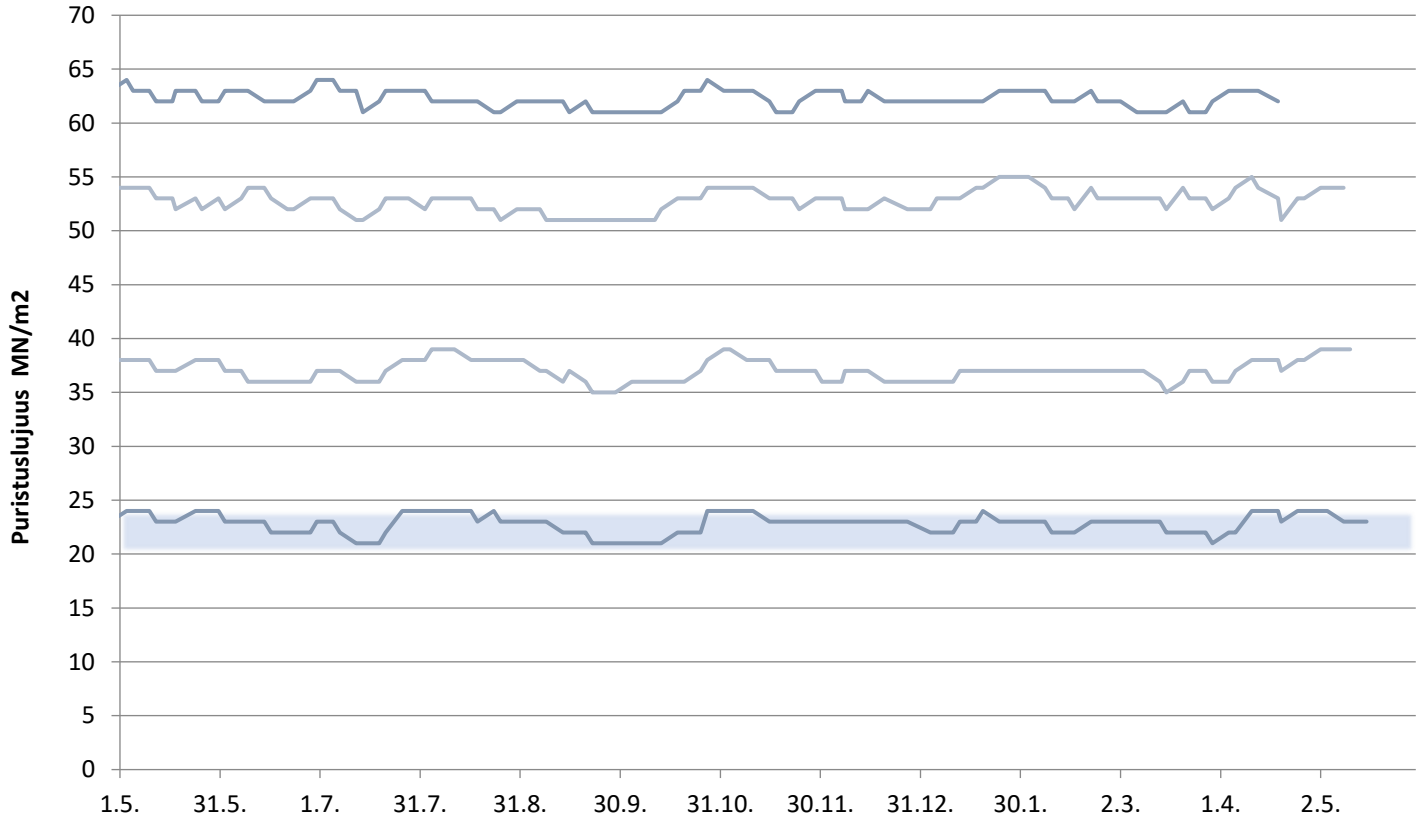


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

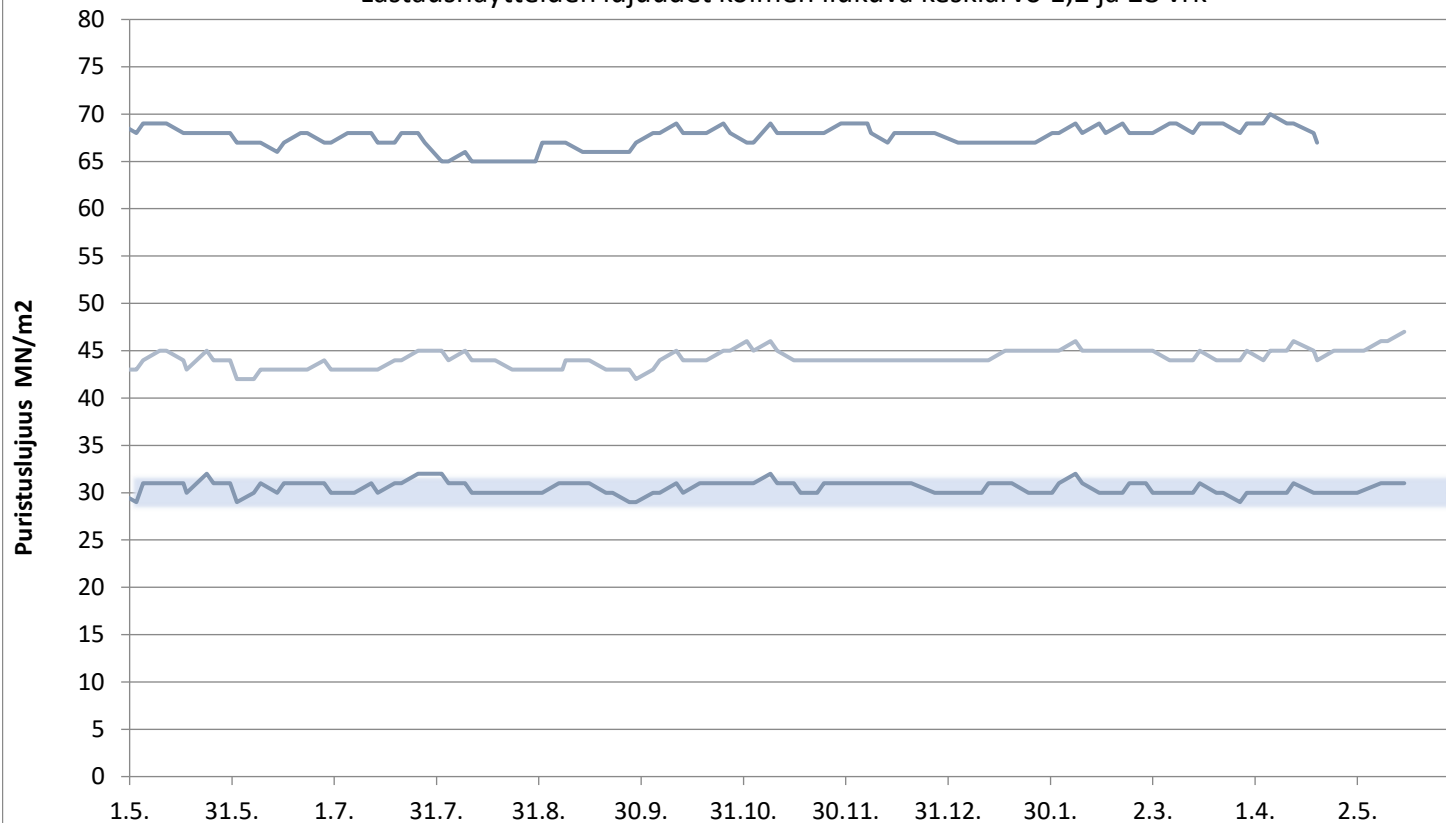


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

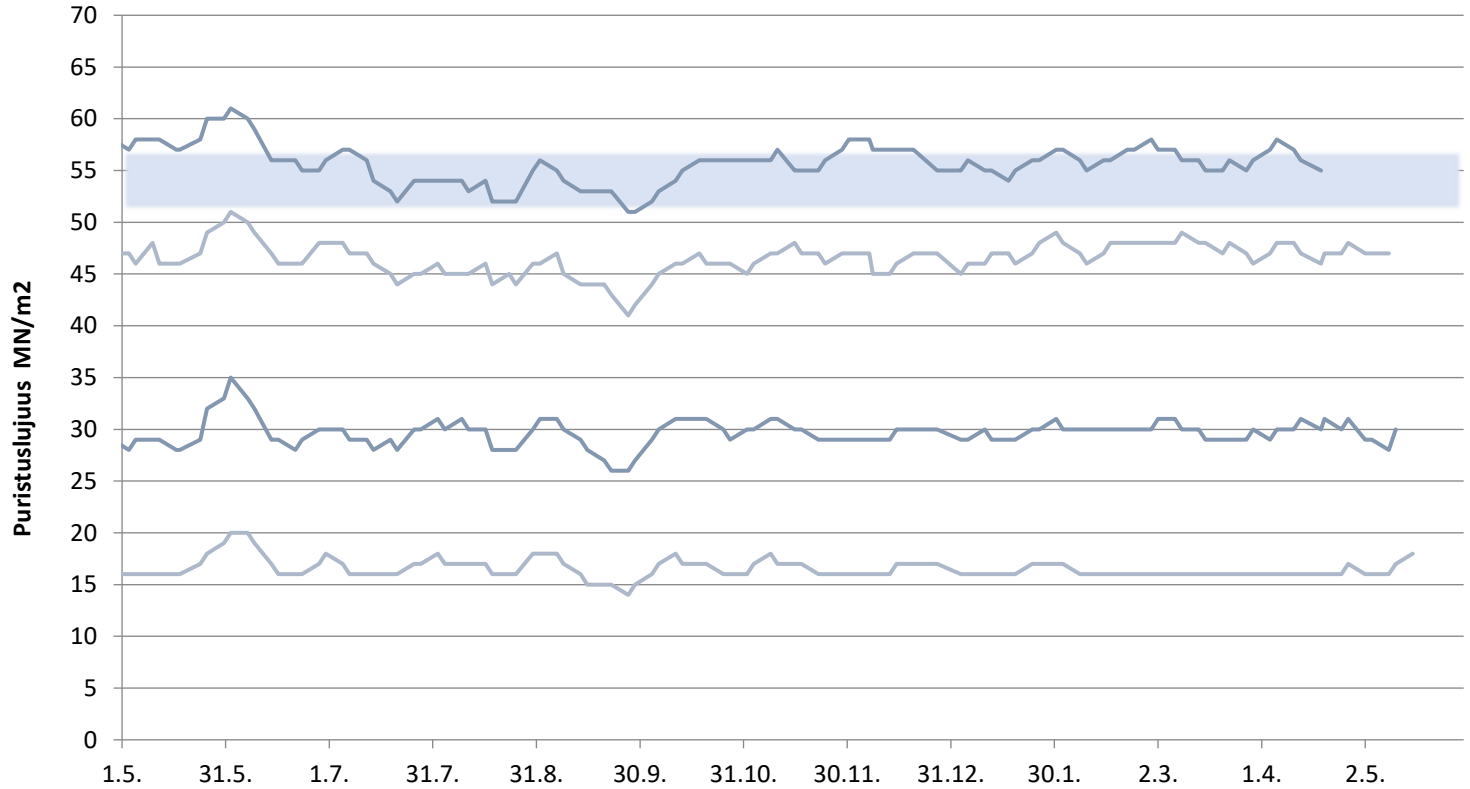


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

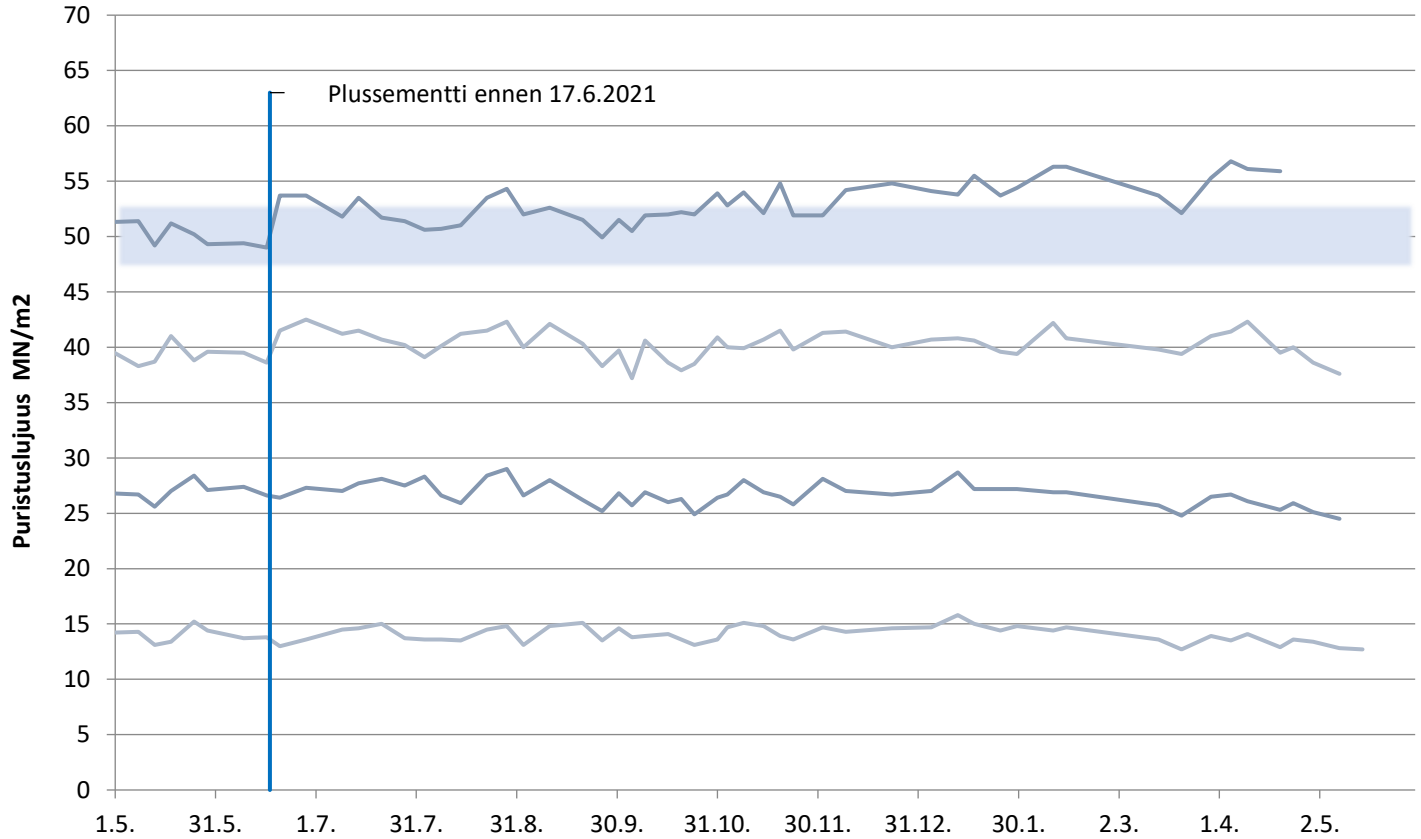


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

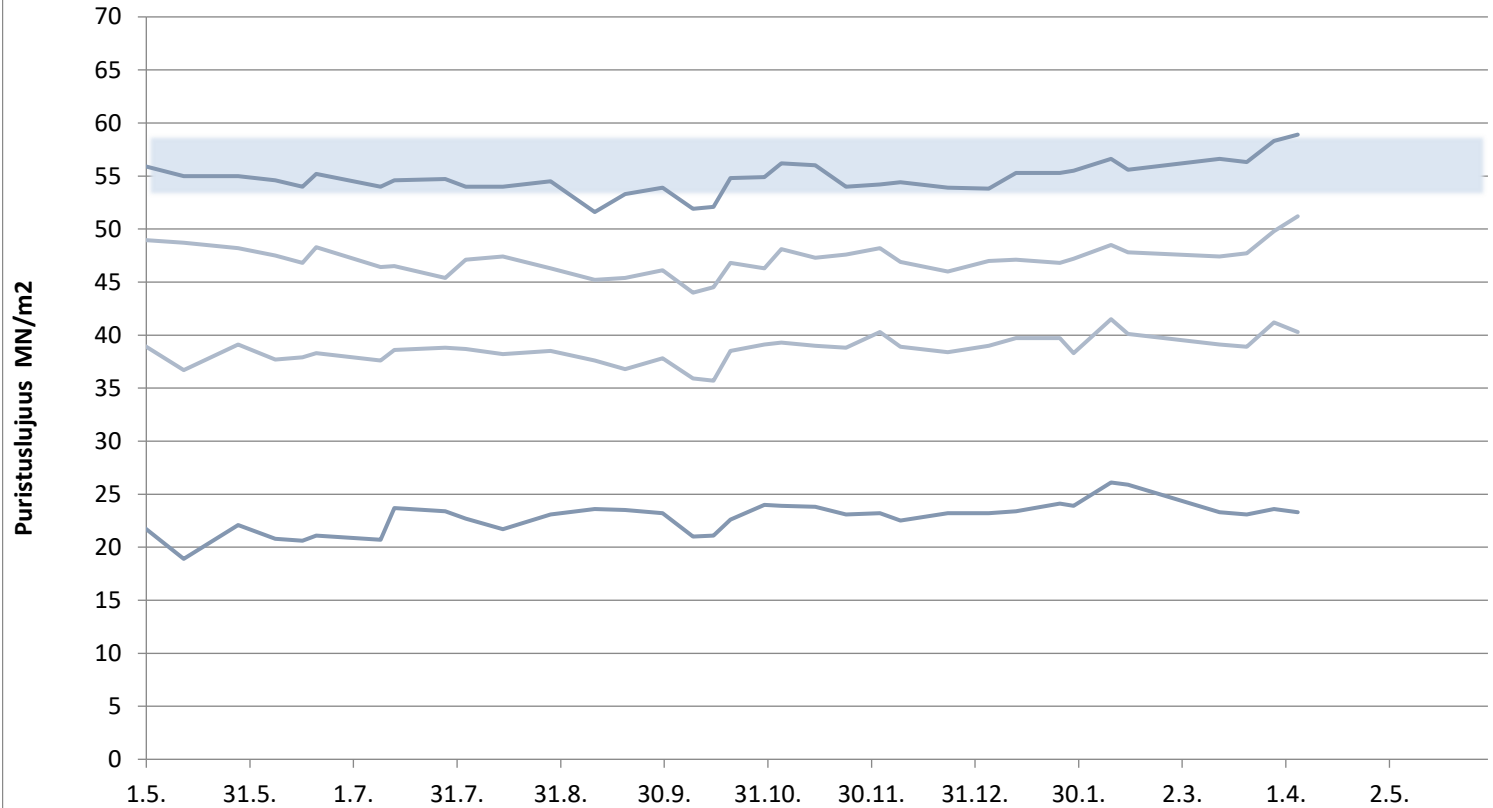


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

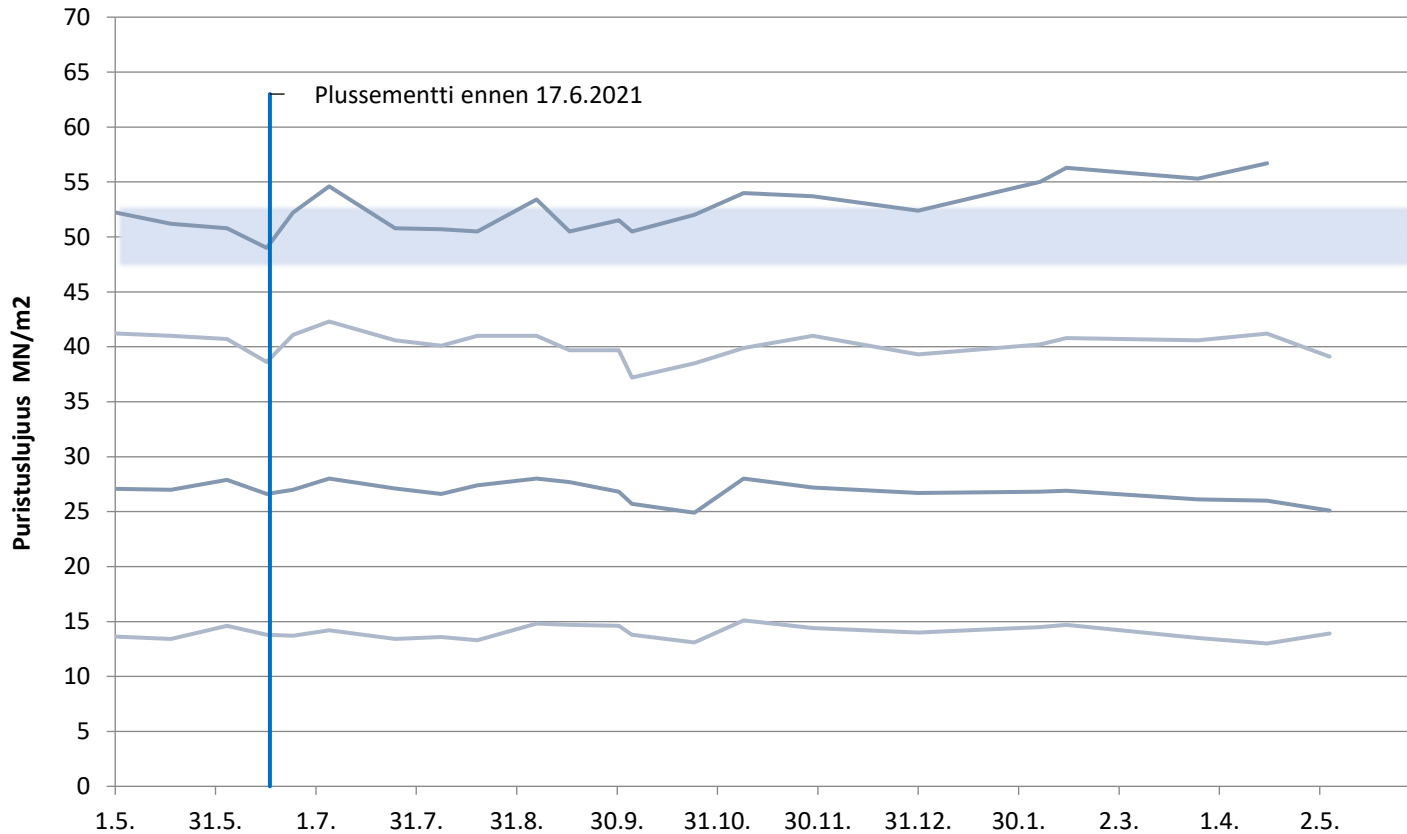


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

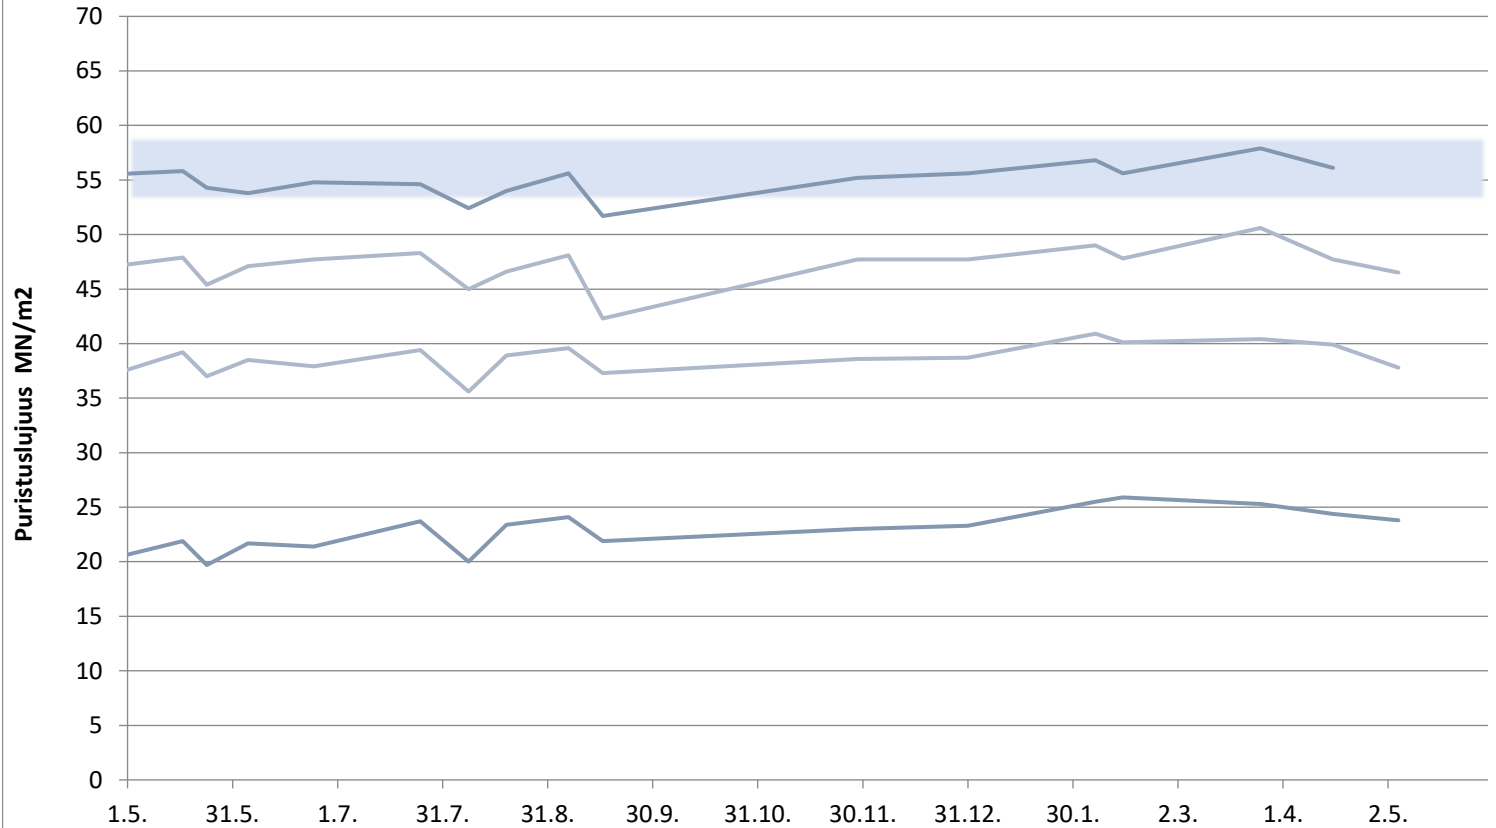


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

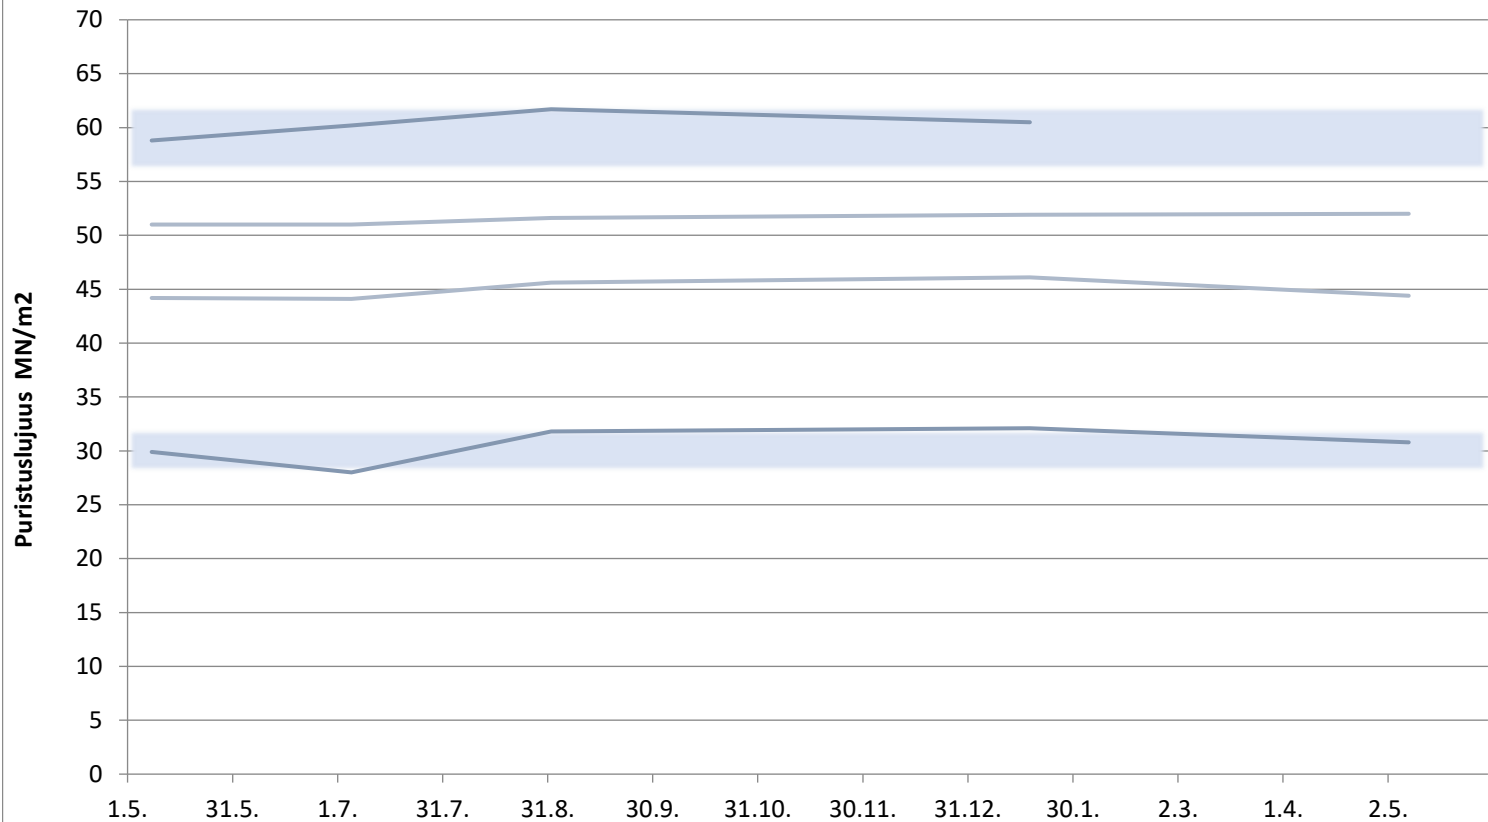

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

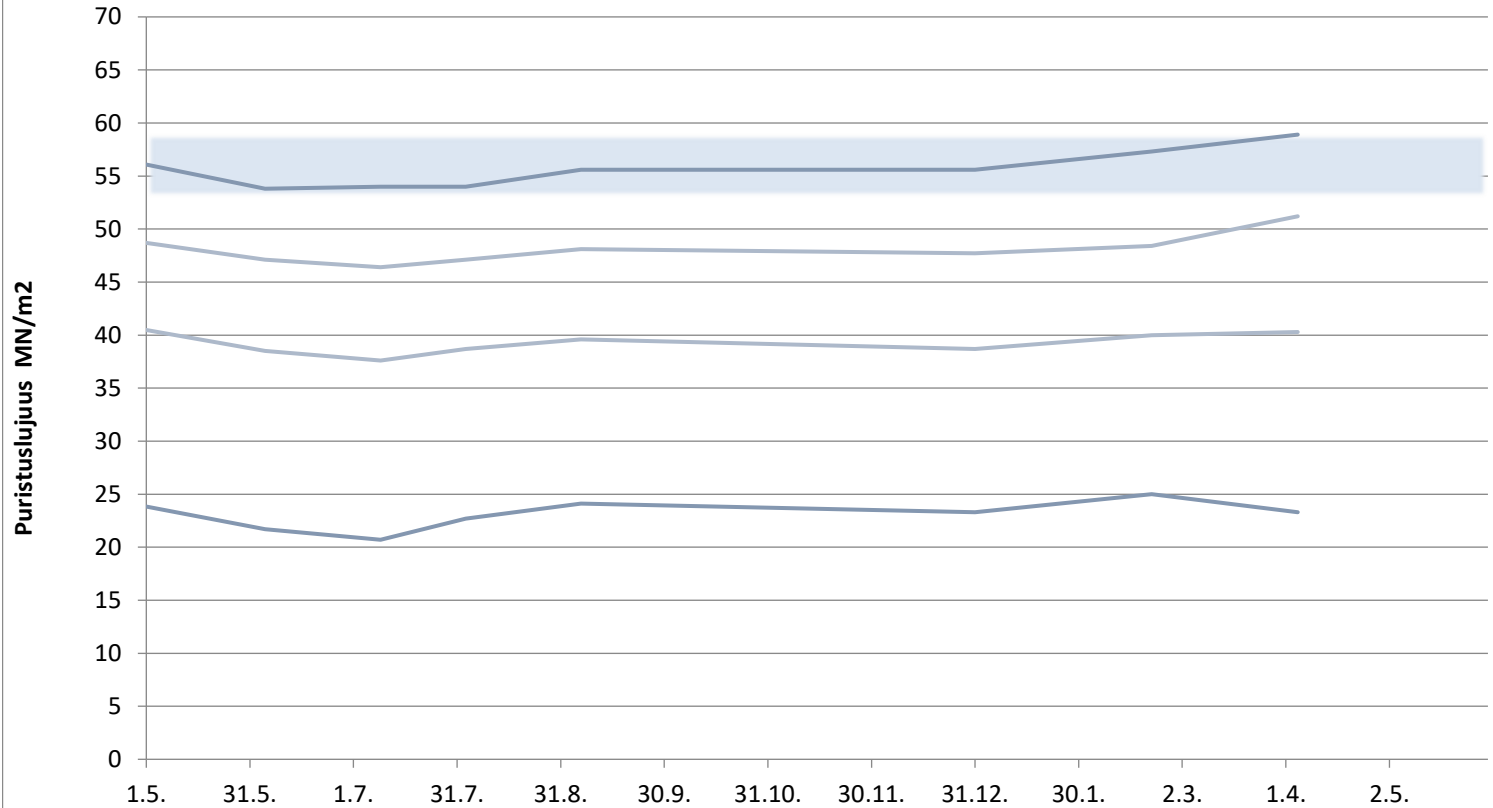

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

