

Laatuinformaatio vko 22

pvm:

2.6.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	20.05.	12	17.05.	38	22.04.	55				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	24.05.	13	20.05.	38	26.04.	54	440	35	11	14
	27.05.	13	24.05.	38	29.04.	52				
Rapidsementti	20.05.	22	17.05.	46	22.04.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	24.05.	22	20.05.	46	26.04.	55	470	31	8	4
	27.05.	22	24.05.	47	29.04.	55				
Pikaseimentti	20.05.	33	20.05.	46	26.04.	62				
CEM I 52.5 R	24.05.	34	24.05.	47	29.04.	62	550	33	4	0
	27.05.	34	27.05.	47	03.05.	61				
Ykkössementti	20.05.	21	20.05.	33	22.04.	58				
CEM I 42.5 R	24.05.	20	24.05.	34	26.04.	58	410	28	4	0
	27.05.	20	27.05.	34	29.04.	56				
Kolmossementti	20.05.	11	17.05.	42	22.04.	63				
CEM III/A 52,5 L	24.05.	11	20.05.	41	26.04.	63	490	39	2	40
	27.05.	11	24.05.	41	29.04.	64				
Valkosementti *	09.04.	23	09.04.	63	09.04.	77	420	82	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	23.05.	12	18.05.	39	25.04.	55				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	25.05.	13	23.05.	39	27.04.	55	460	33	16	14
	30.05.	13	25.05.	39	02.05.	55				
Rapidsementti	23.05.	23	18.05.	53	25.04.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	25.05.	24	23.05.	53	27.04.	63	500	29	11	0
	30.05.	24	25.05.	53	02.05.	63				
Pikaseimentti	23.05.	31	23.05.	46	25.04.	68				
CEM I 52.5 R	25.05.	30	25.05.	45	27.04.	68	560	30	5	0
	30.05.	31	30.05.	45	02.05.	69				
SR-sementti	18.05.	30	18.05.	49	25.04.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	23.05.	30	23.05.	48	27.04.	56	370	22	5	0
	25.05.	31	25.05.	48	02.05.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
12.05.	58 %	21.04.	93 %
16.05.	59 %	25.04.	96 %
19.05.	59 %	28.04.	95 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

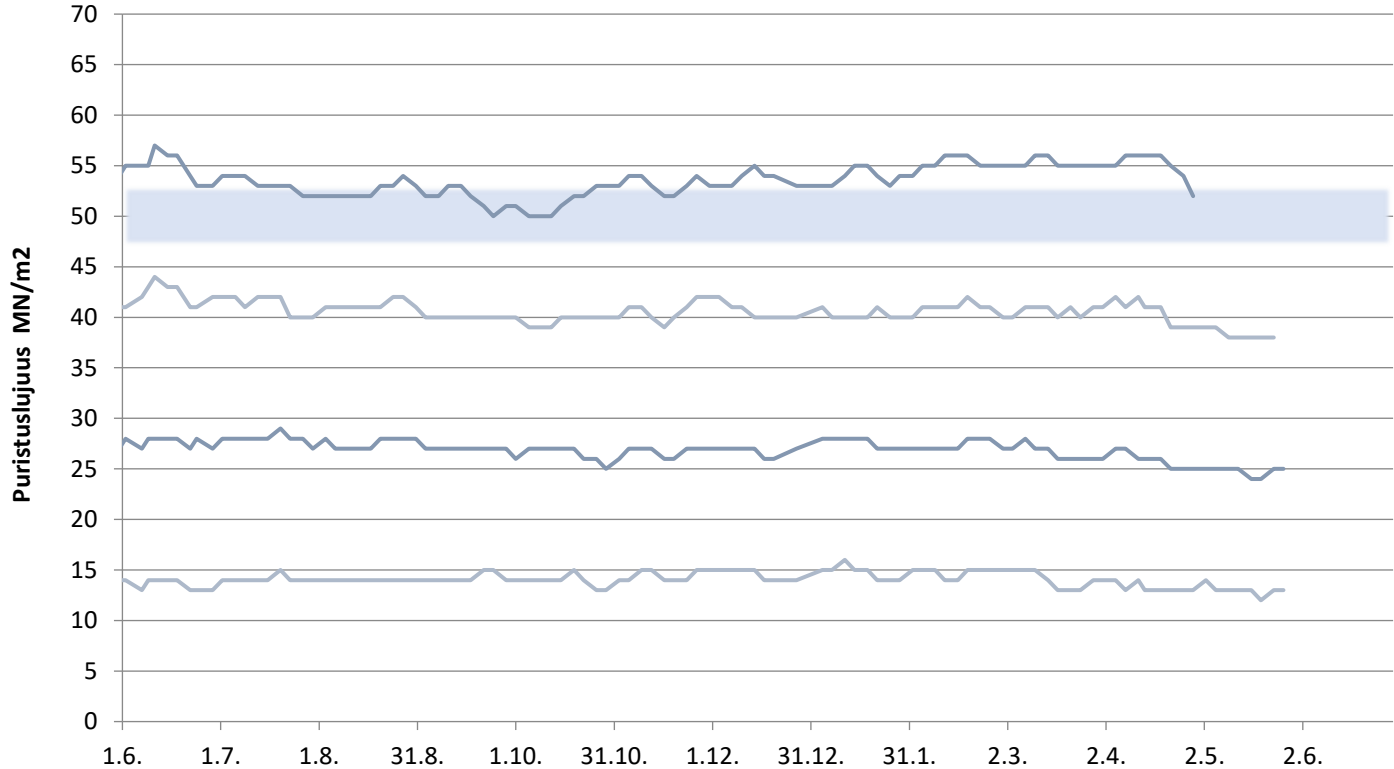


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

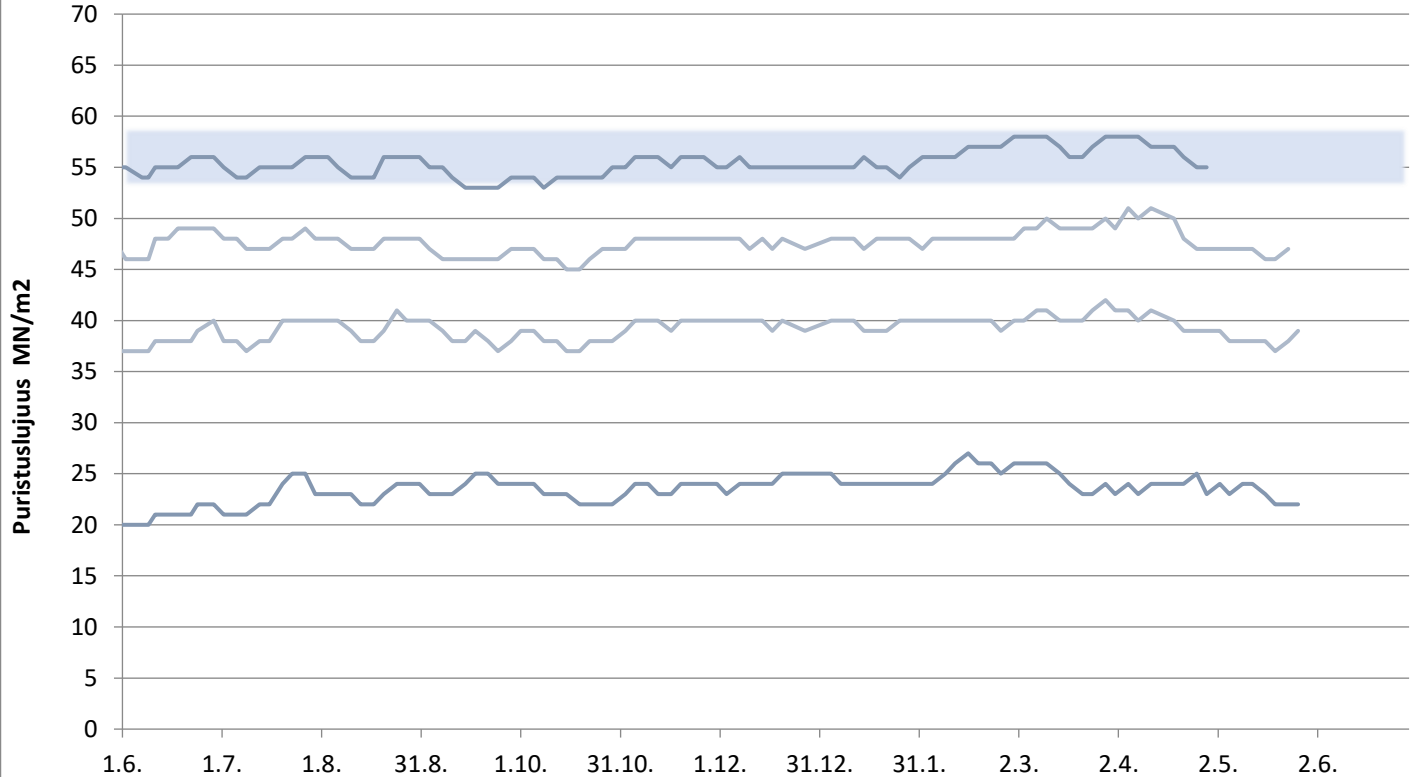


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

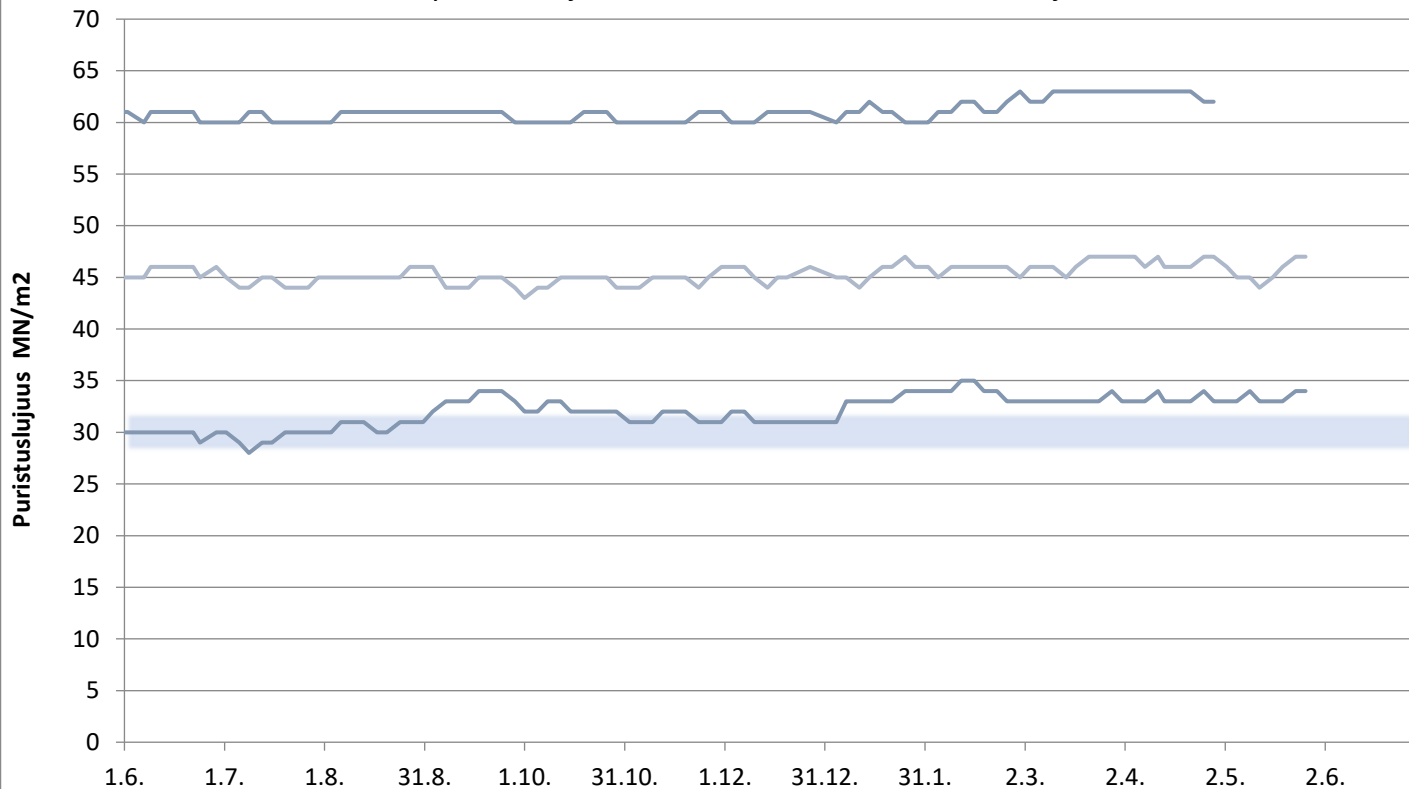


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

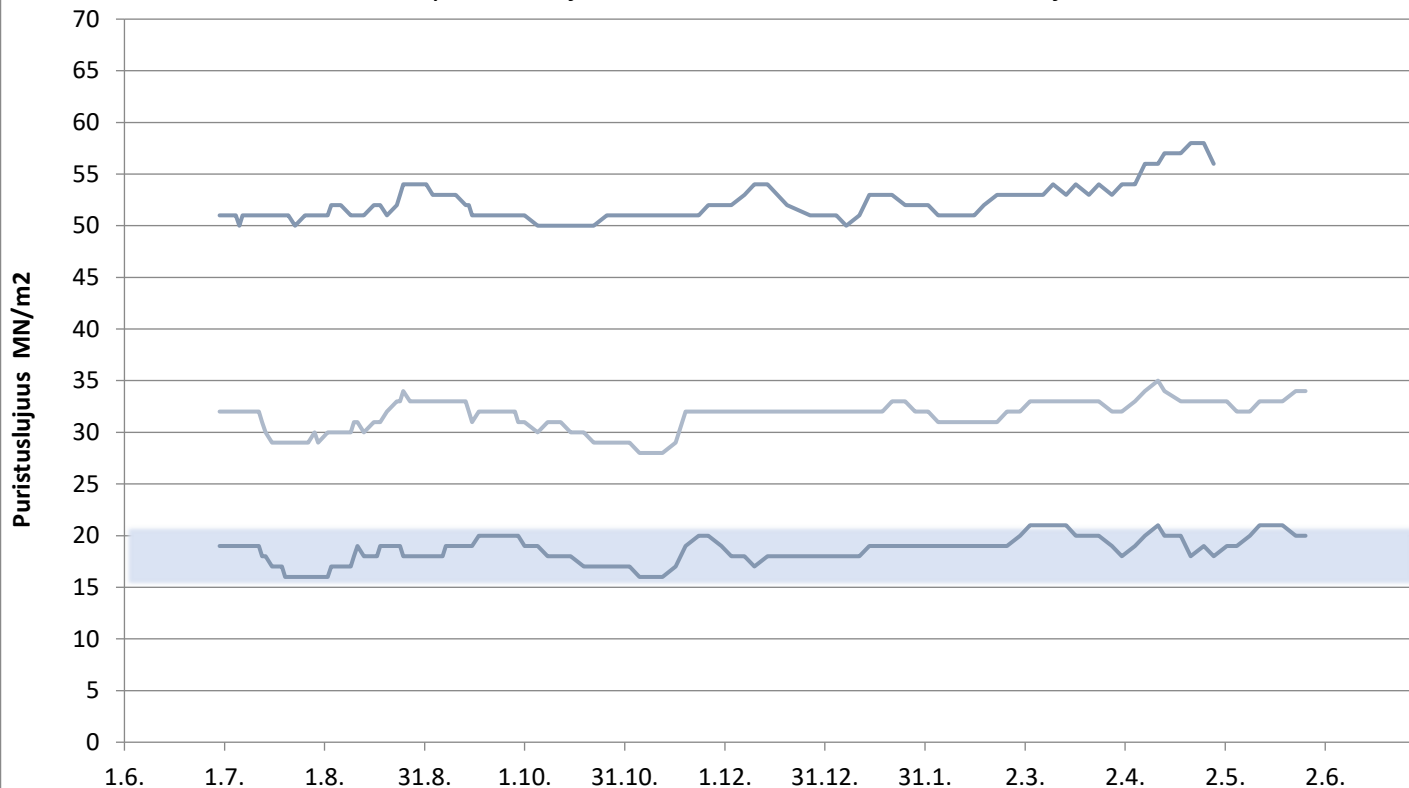


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

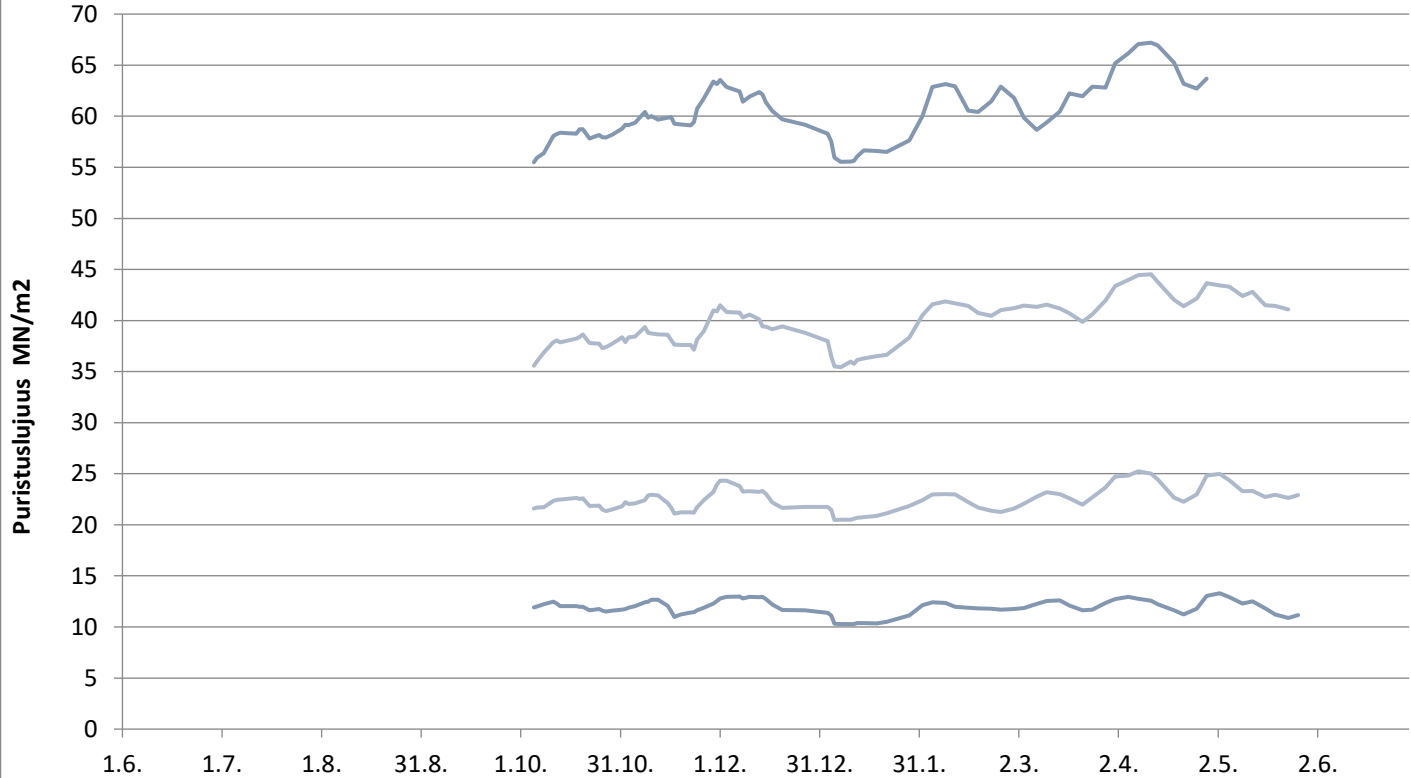


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

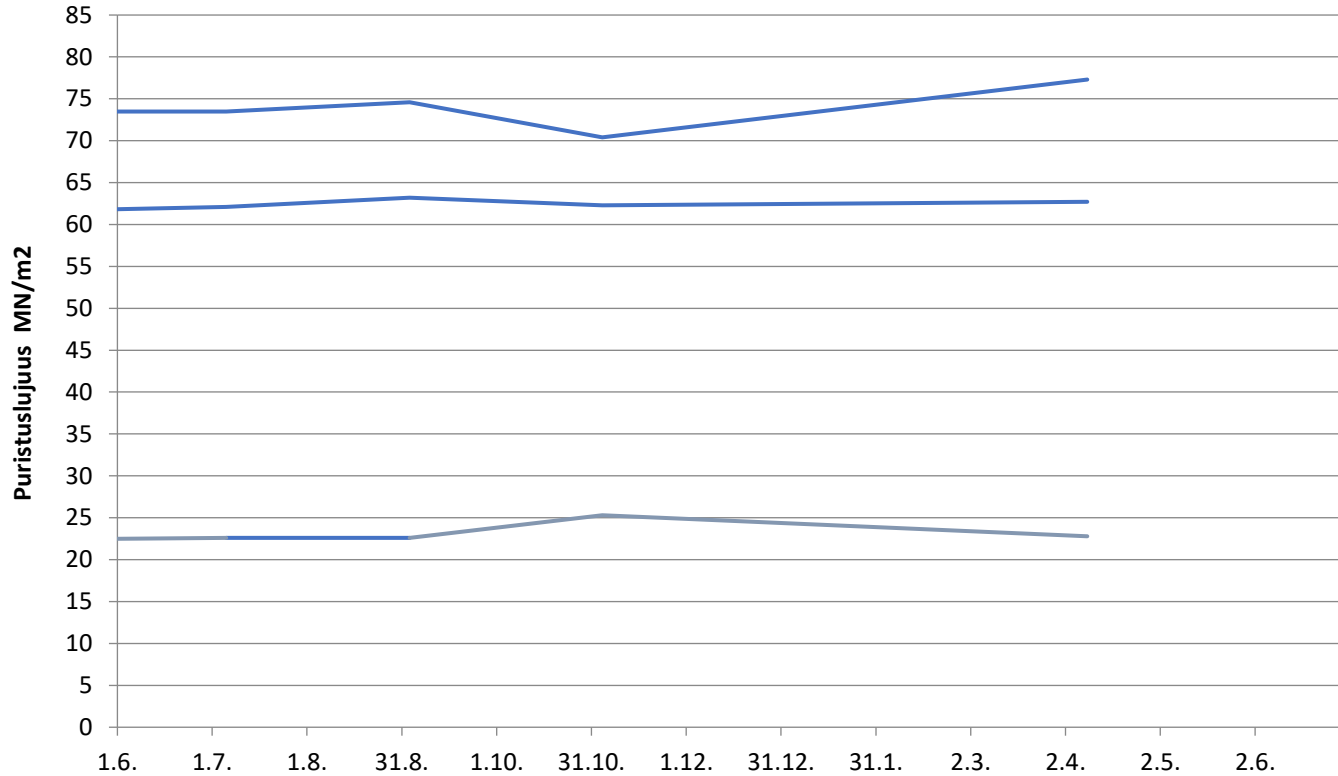

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

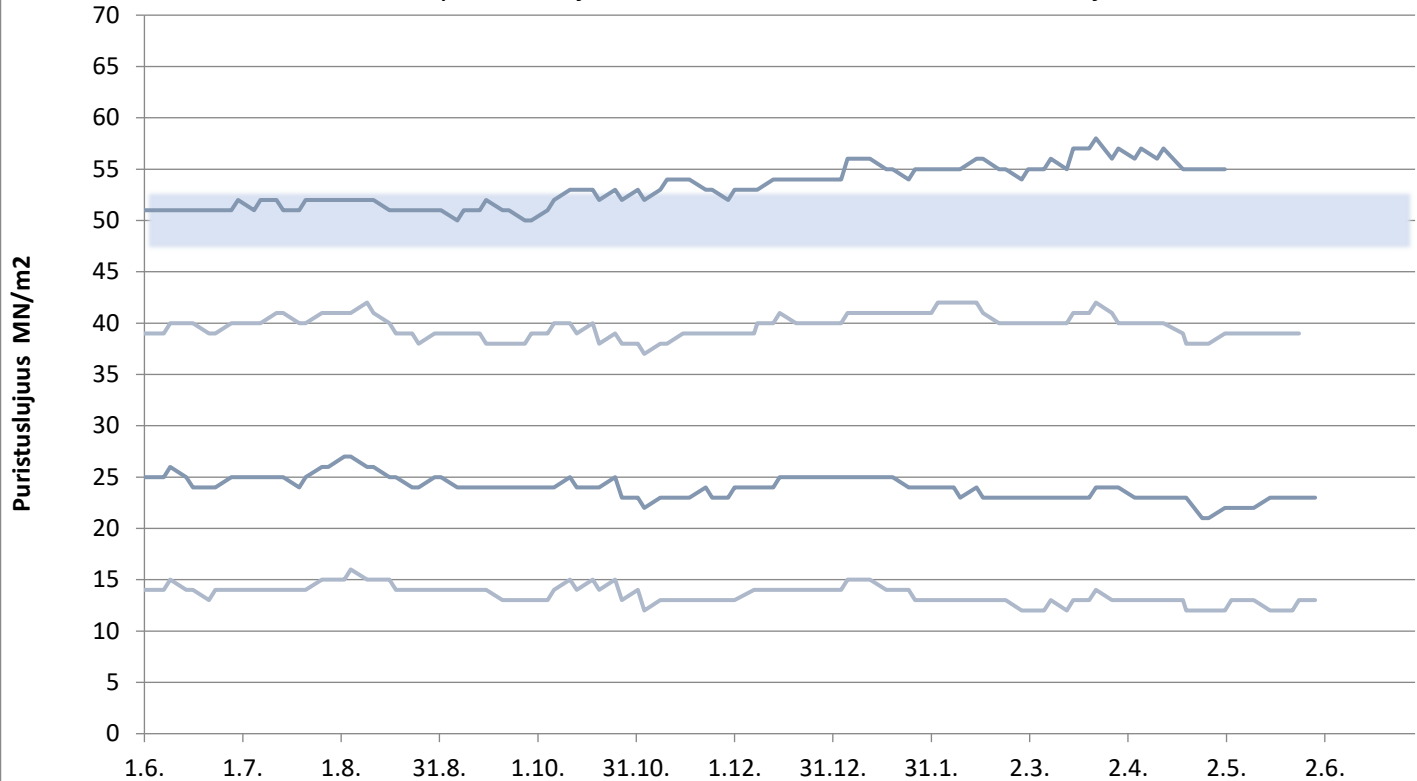

päivitetty 2.6.2022

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

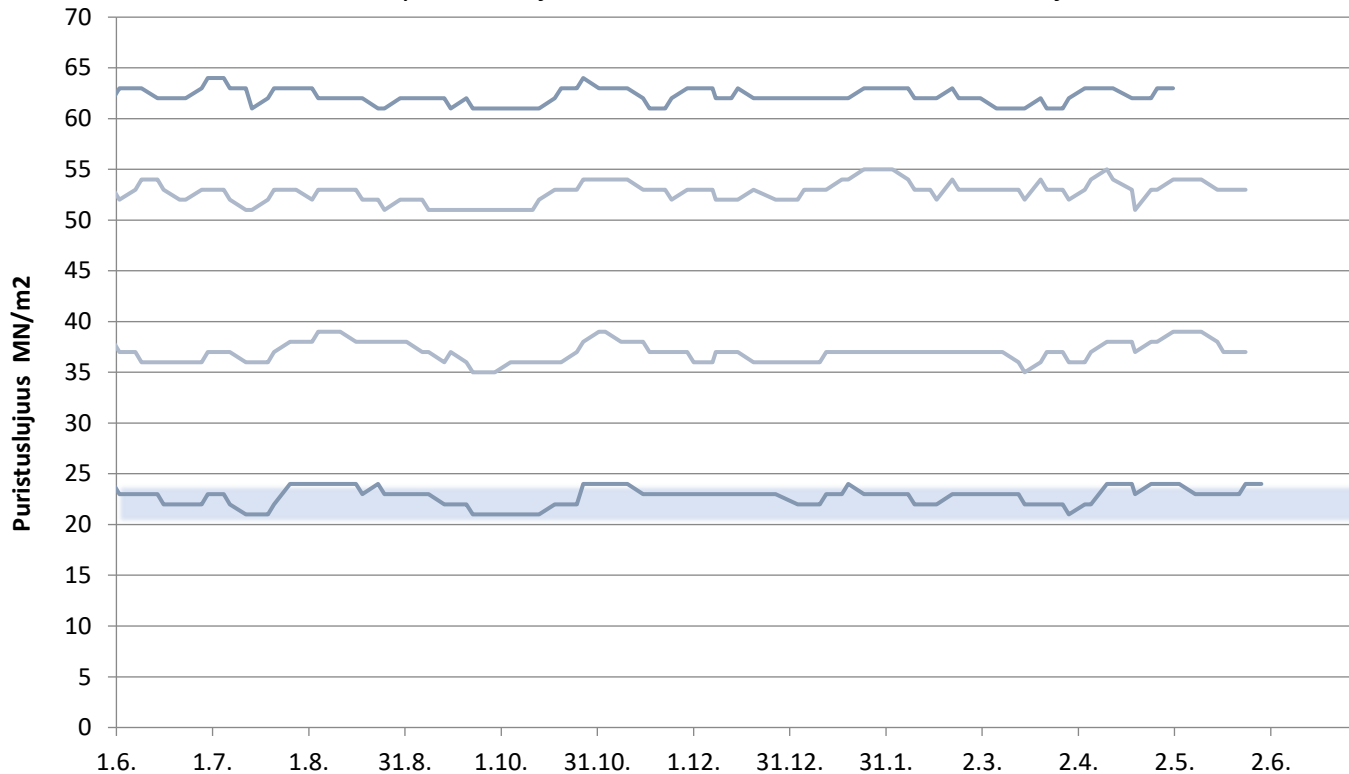


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 2.6.2022


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

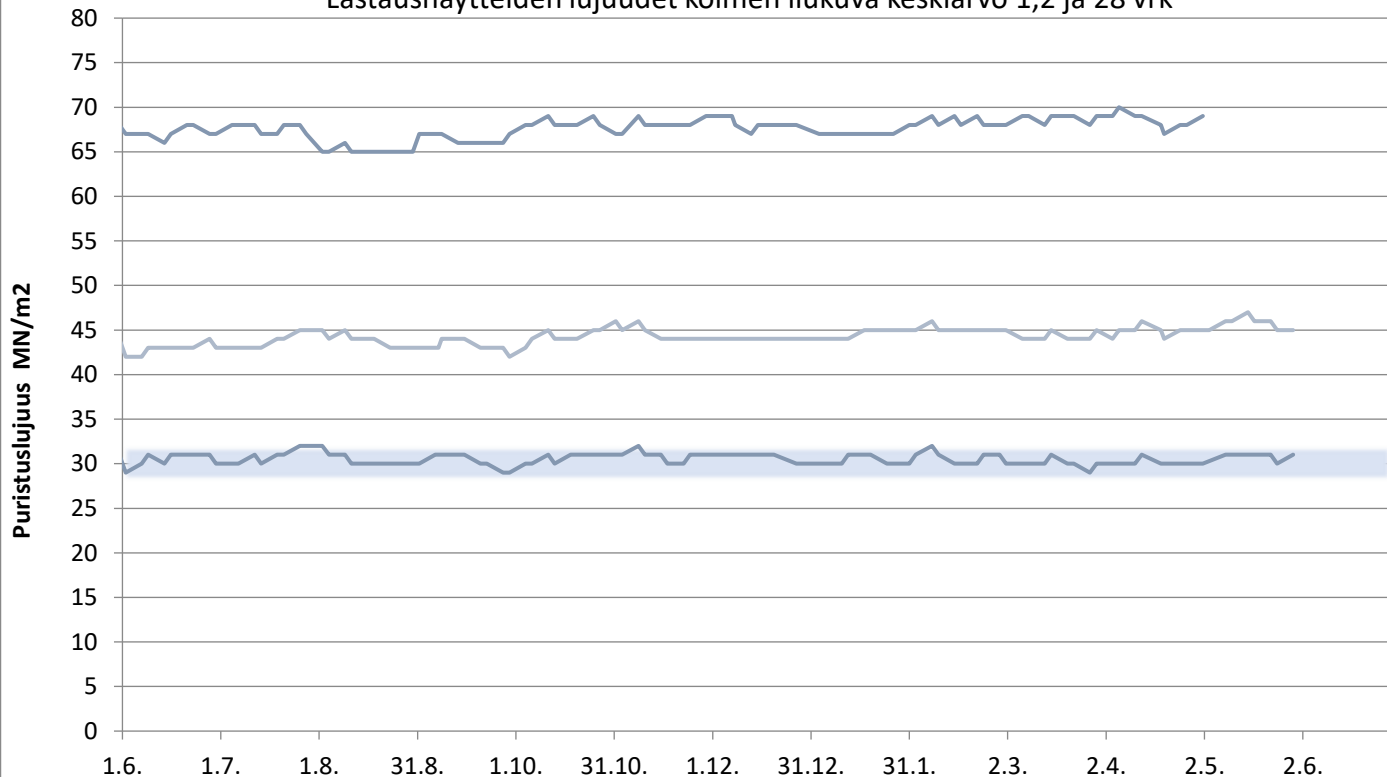


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

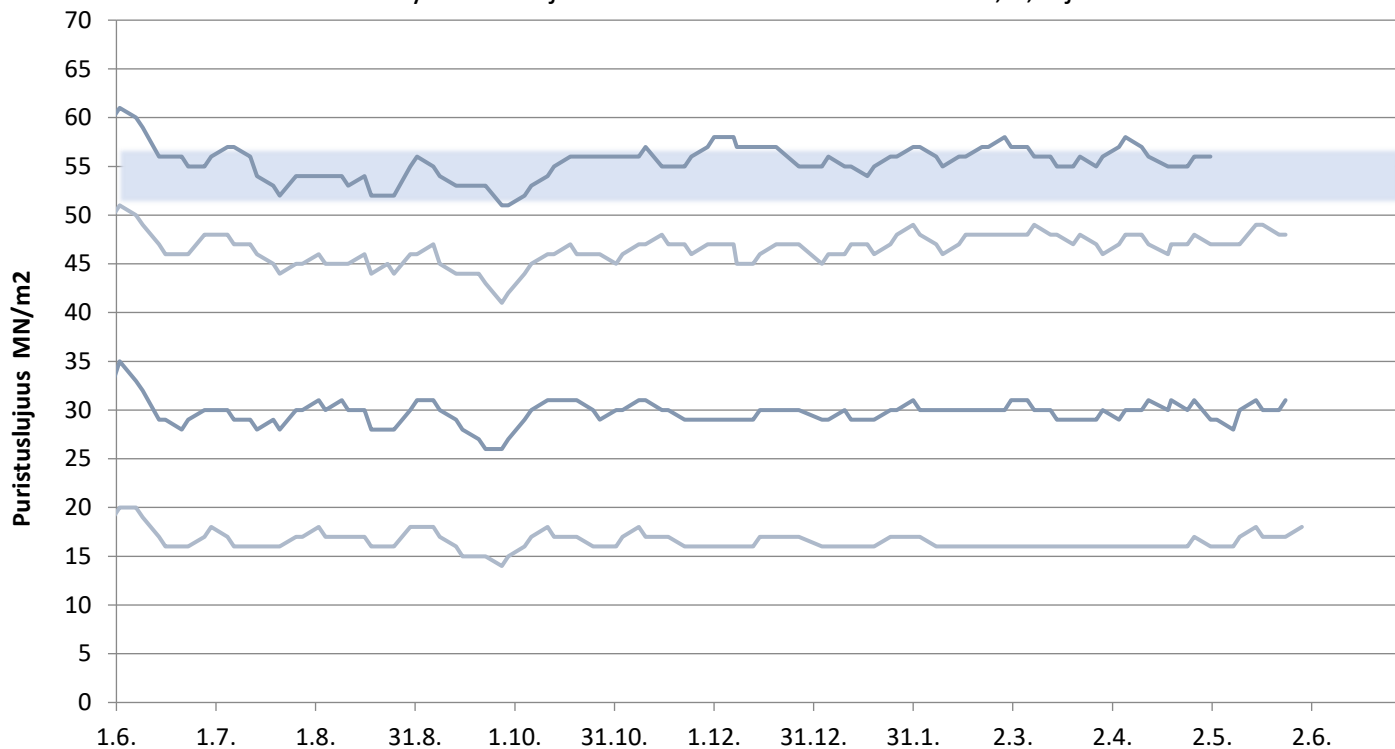


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

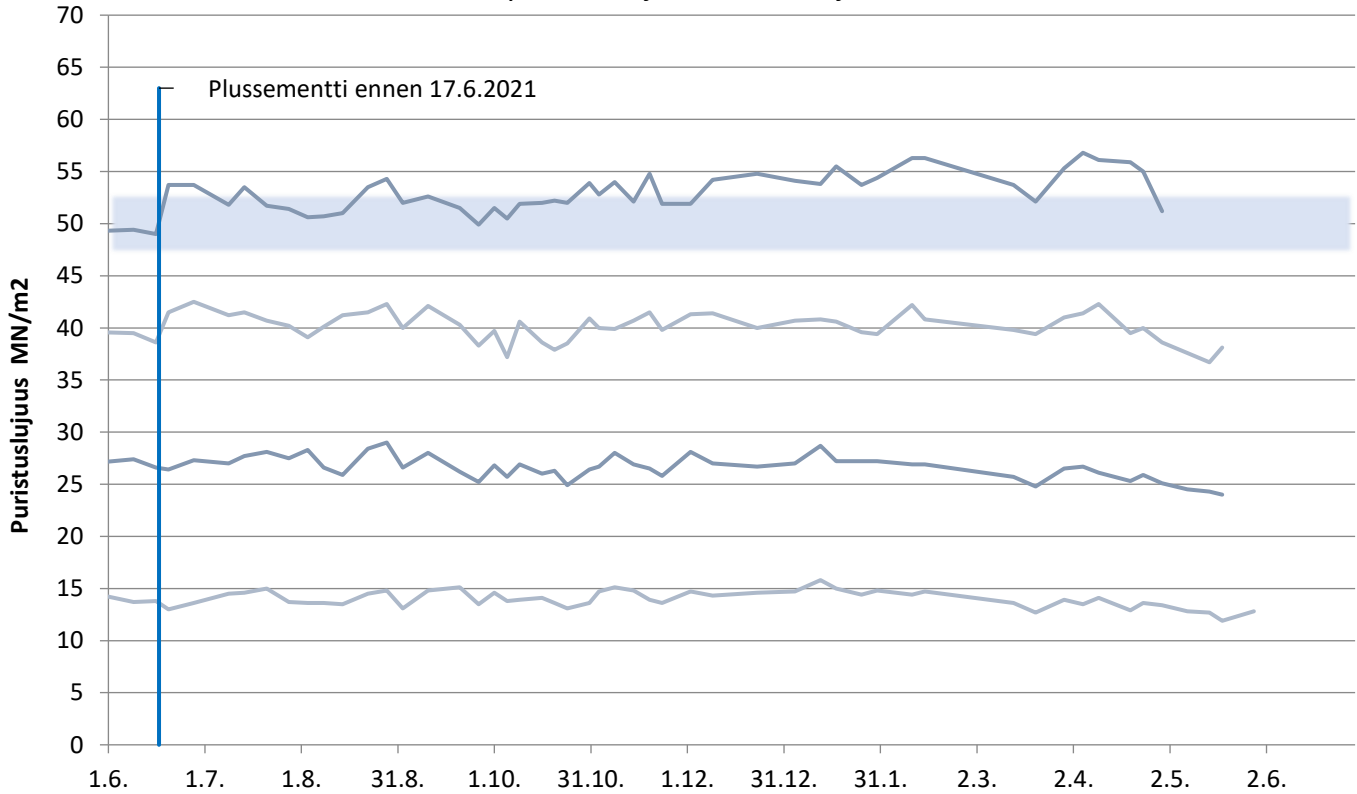


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

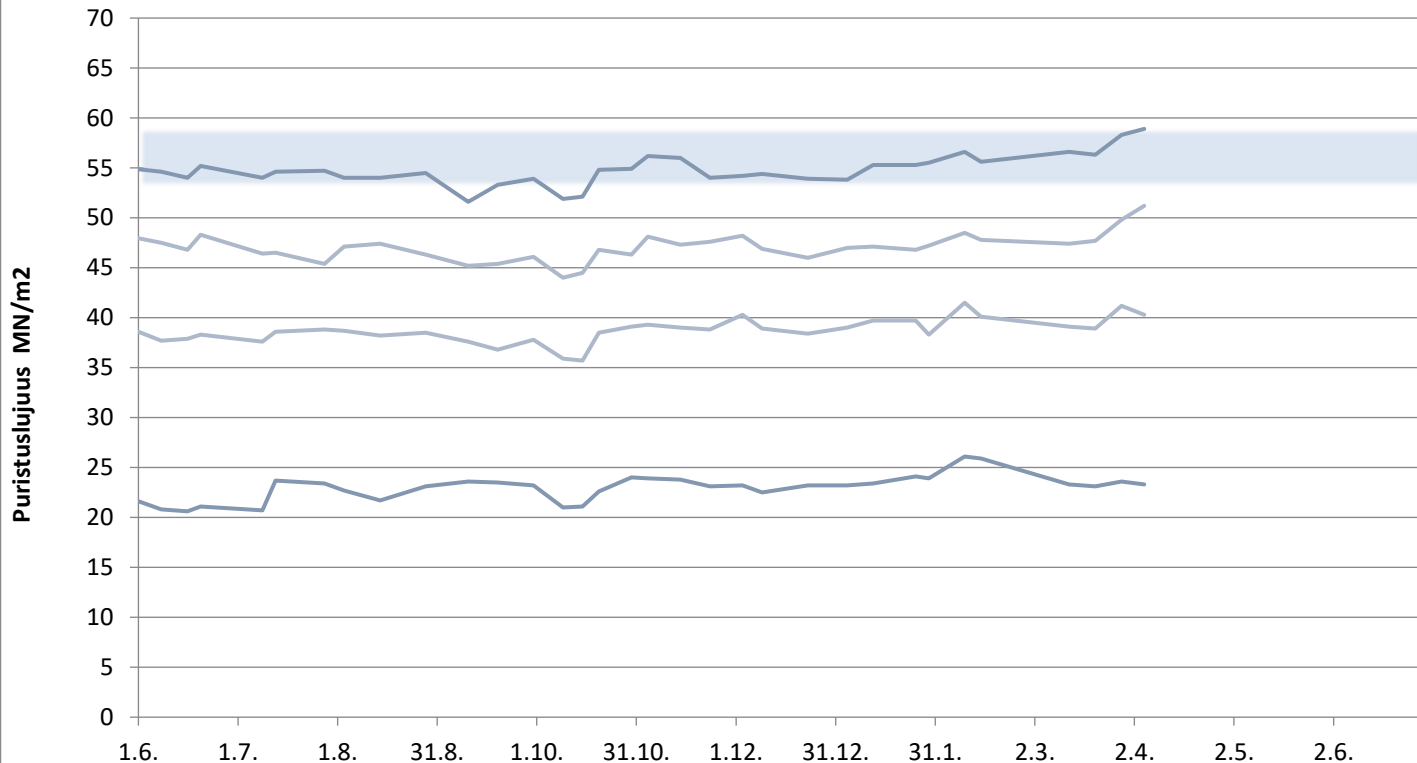


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

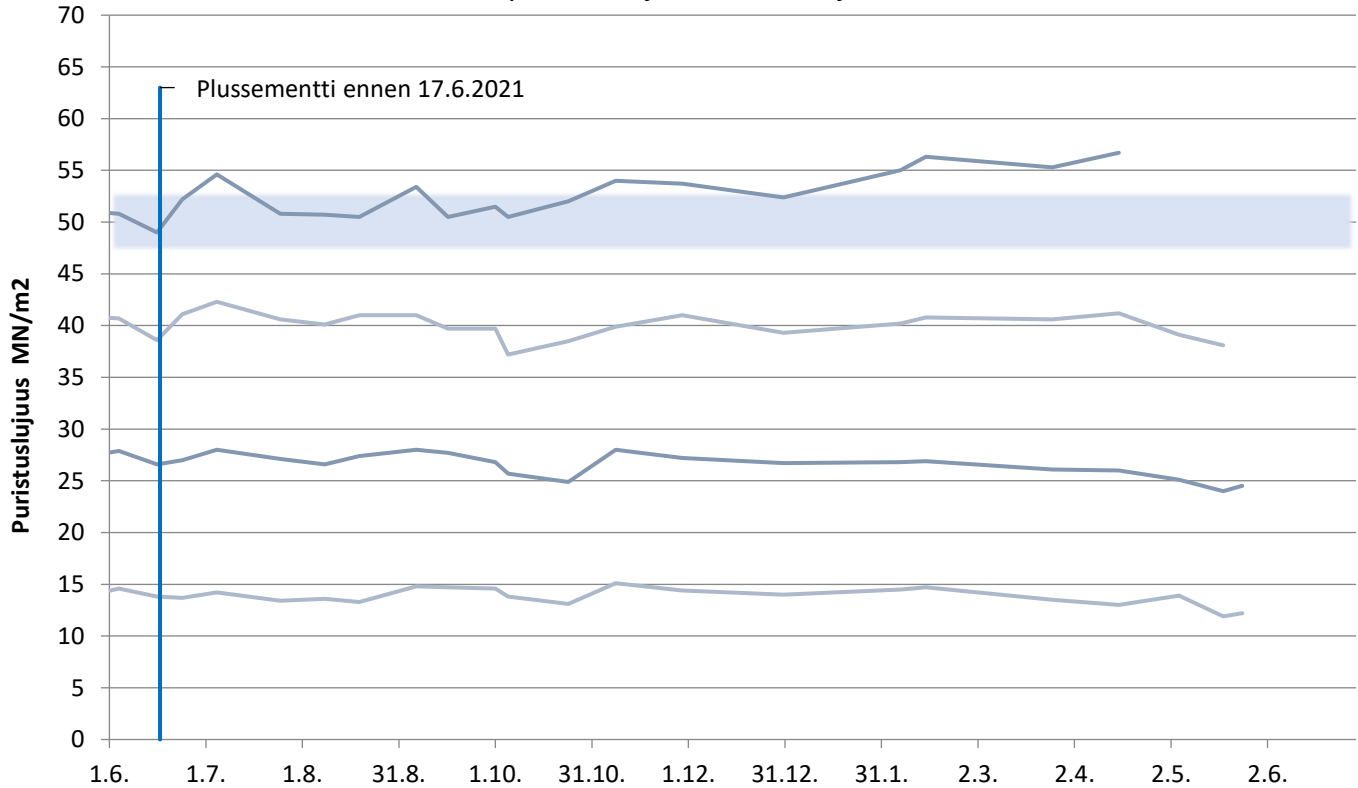


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

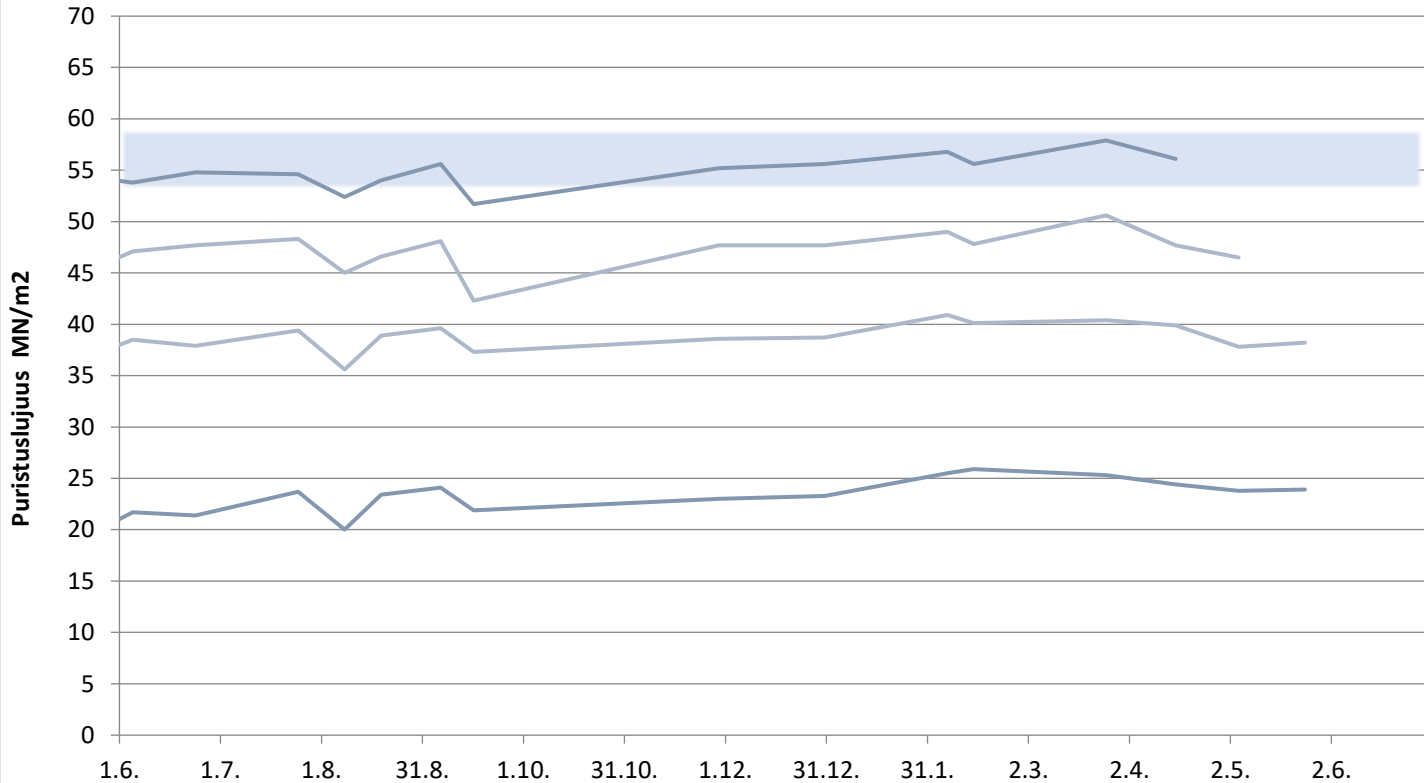


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

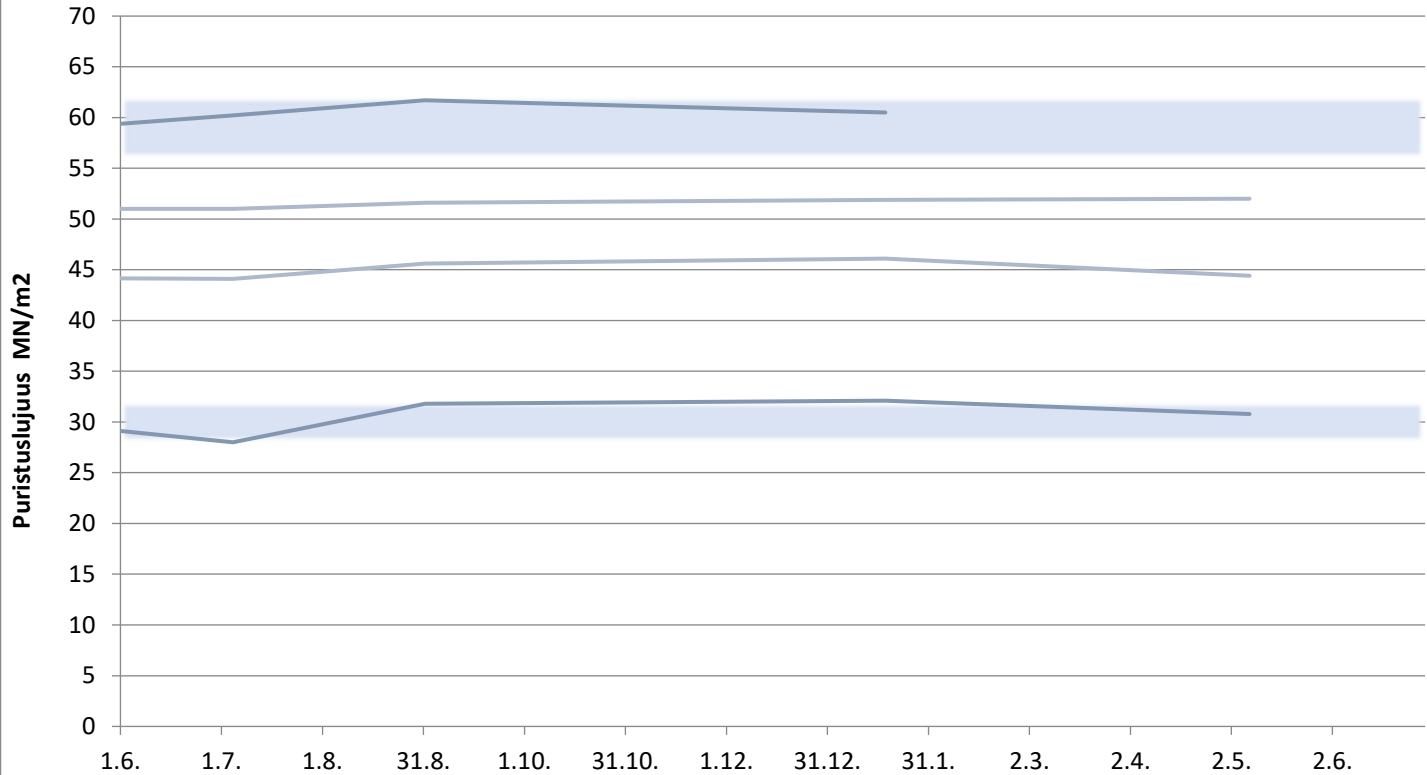

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

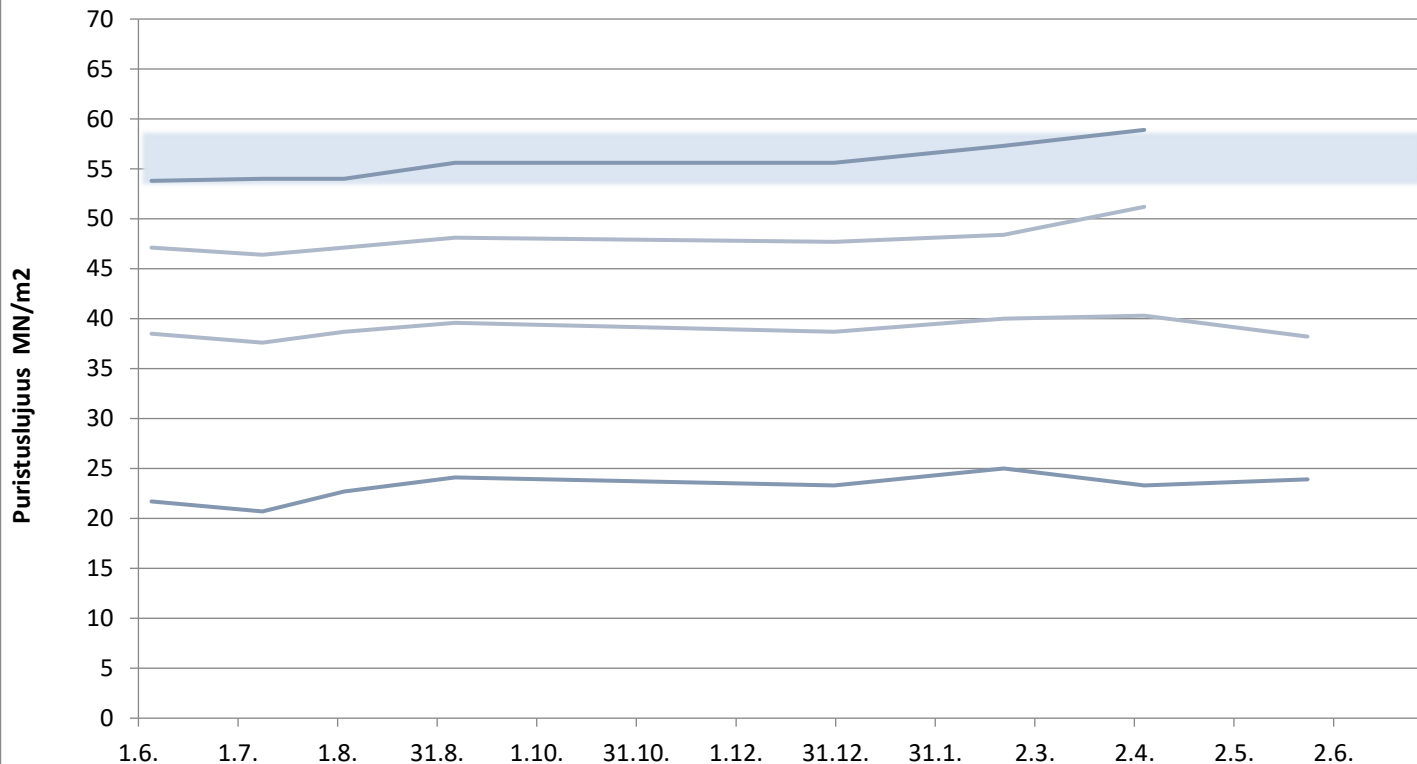

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

