

Laatuinformaatio vko 23

pvm:

9.6.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	27.05.	13	24.05.	38	29.04.	52				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	31.05.	13	27.05.	39	03.05.	52	440	35	11	14
	03.06.	13	31.05.	40	06.05.	52				
Rapidsementti	27.05.	22	24.05.	47	29.04.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	31.05.	23	27.05.	47	03.05.	55	490	31	8	4
	03.06.	24	31.05.	48	06.05.	55				
Pikaseimentti	27.05.	34	27.05.	47	29.04.	62				
CEM I 52.5 R	31.05.	34	31.05.	47	03.05.	61	550	33	4	0
	03.06.	33	03.06.	46	06.05.	61				
Ykkössementti	27.05.	20	27.05.	34	29.04.	56				
CEM I 42.5 R	31.05.	19	31.05.	34	03.05.	54	410	28	4	0
	03.06.	19	03.06.	34	06.05.	52				
Kolmossementti	27.05.	11	24.05.	41	29.04.	64				
CEM III/A 52,5 L	31.05.	11	27.05.	41	03.05.	64	490	39	2	40
	03.06.	11	31.05.	41	06.05.	64				
Valkosementti *	09.04.	23	09.04.	63	09.04.	77	420	82	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	30.05.	13	25.05.	39	04.05.	56				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	01.06.	13	30.05.	40	09.05.	57	450	33	16	13
	06.06.	14	01.06.	40	11.05.	56				
Rapidsementti	30.05.	24	23.05.	53	02.05.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	01.06.	23	25.05.	53	04.05.	64	490	29	12	0
	06.06.	22	30.05.	53	09.05.	64				
Pikaseimentti	30.05.	31	30.05.	45	04.05.	69				
CEM I 52.5 R	01.06.	31	01.06.	45	09.05.	71	550	30	5	0
	06.06.	32	06.06.	46	11.05.	71				
SR-sementti	25.05.	31	23.05.	48	02.05.	56				
CEM I 42.5 N - SR3	30.05.	32	25.05.	48	04.05.	56	370	22	5	0
	01.06.	32	30.05.	49	09.05.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
19.05.	59 %	25.04.	96 %
23.05.	60 %	28.04.	95 %
26.05.	59 %	02.05.	95 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

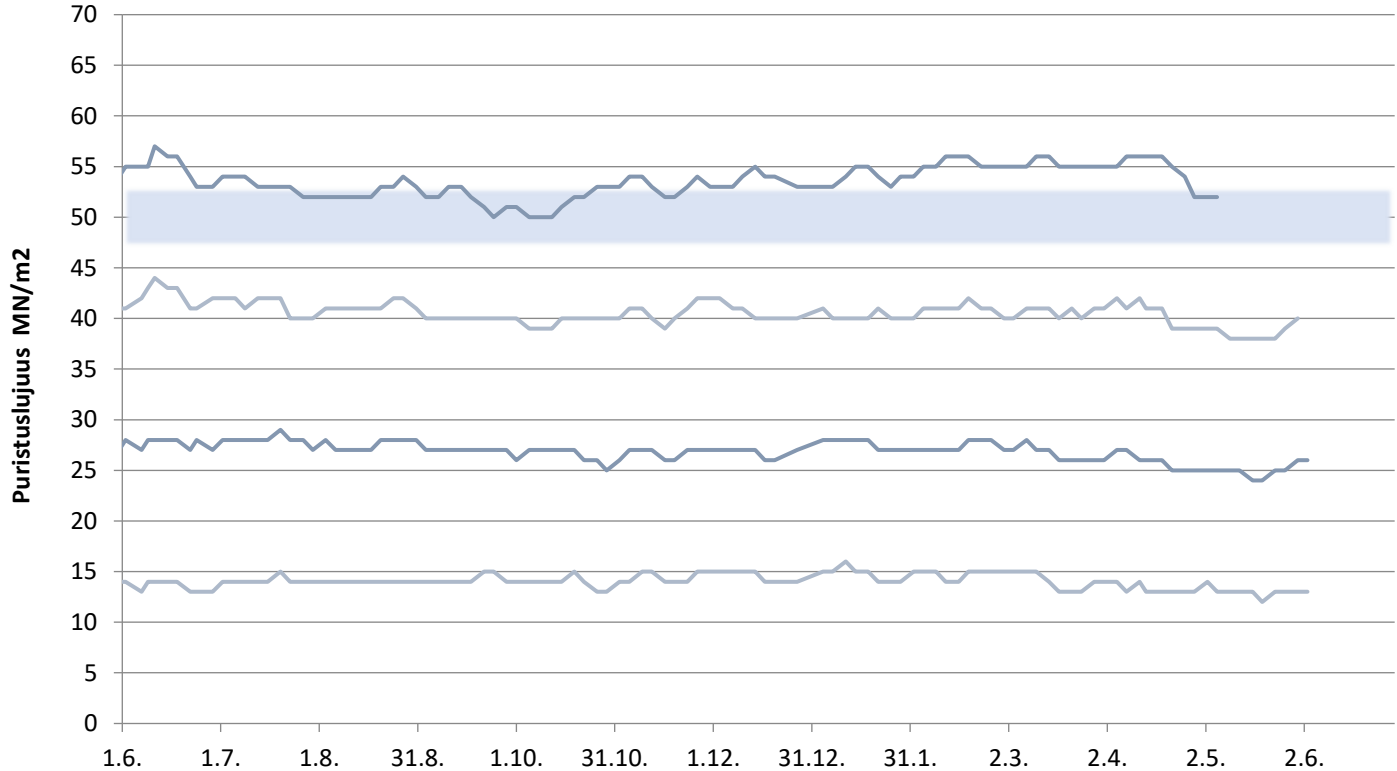


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

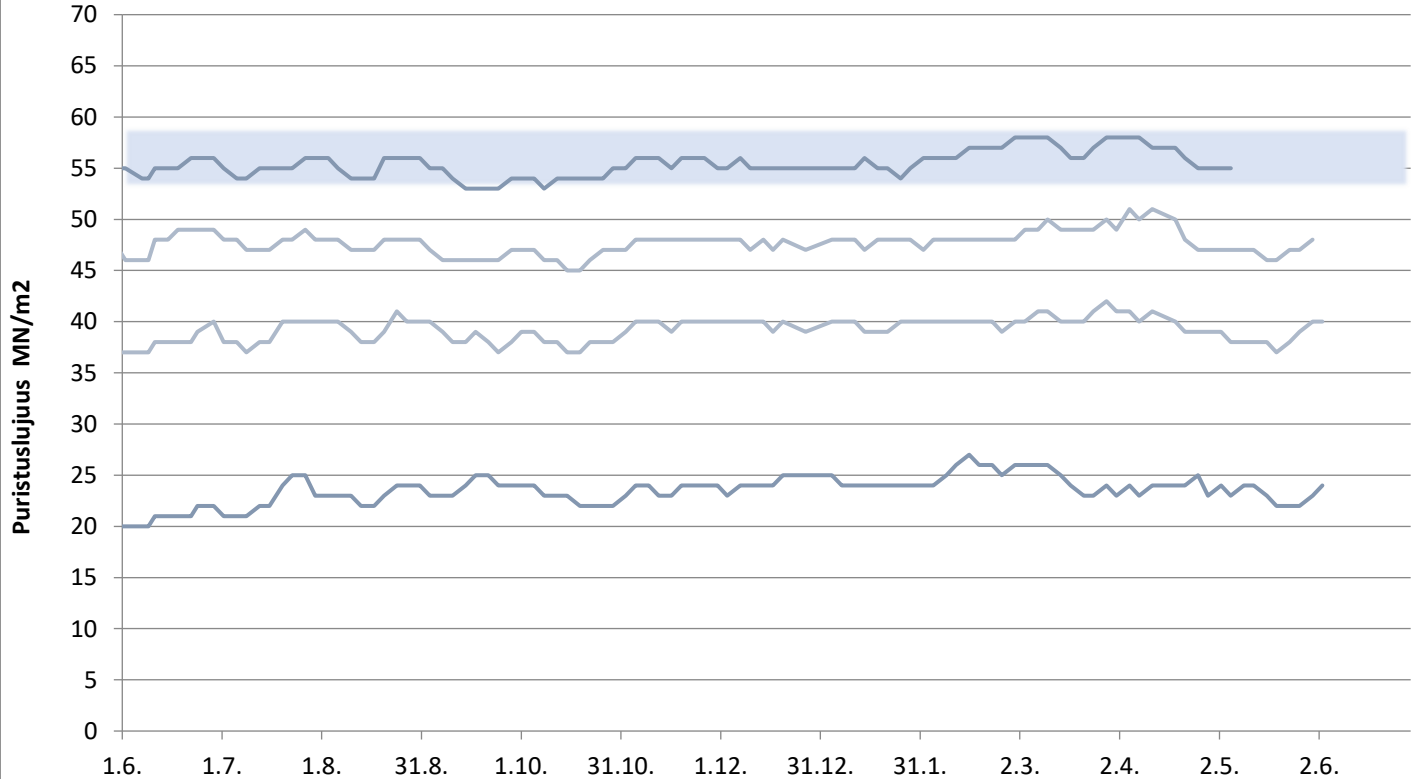


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

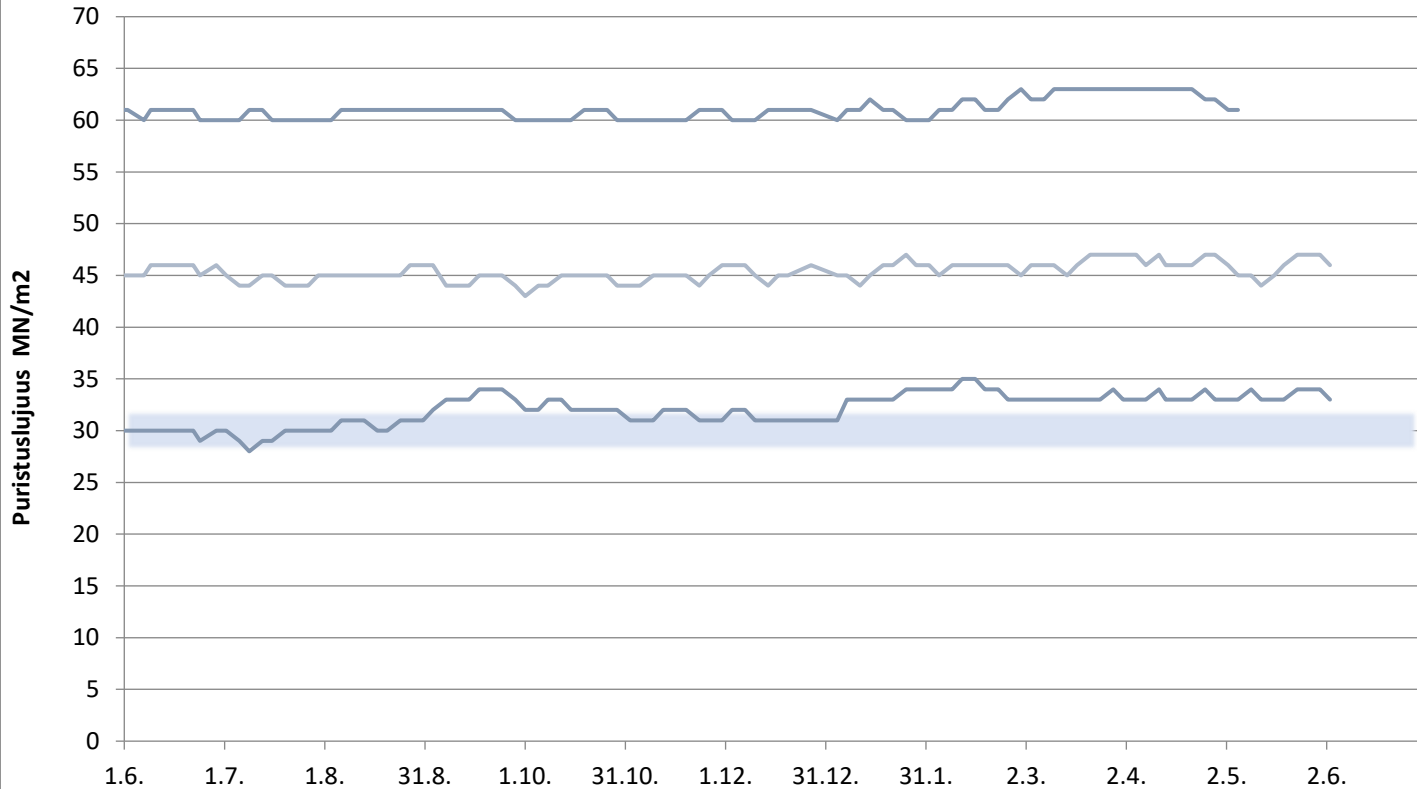


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

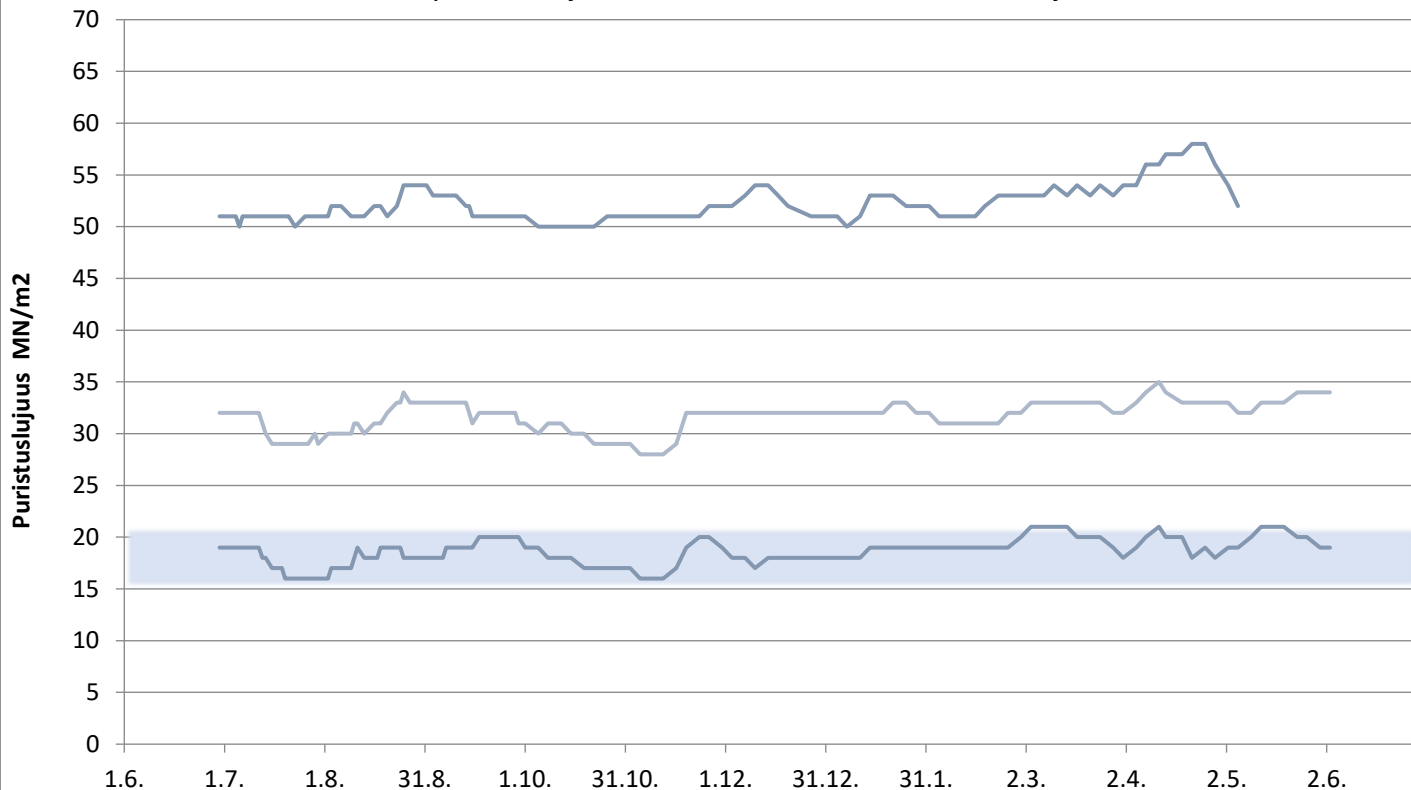


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

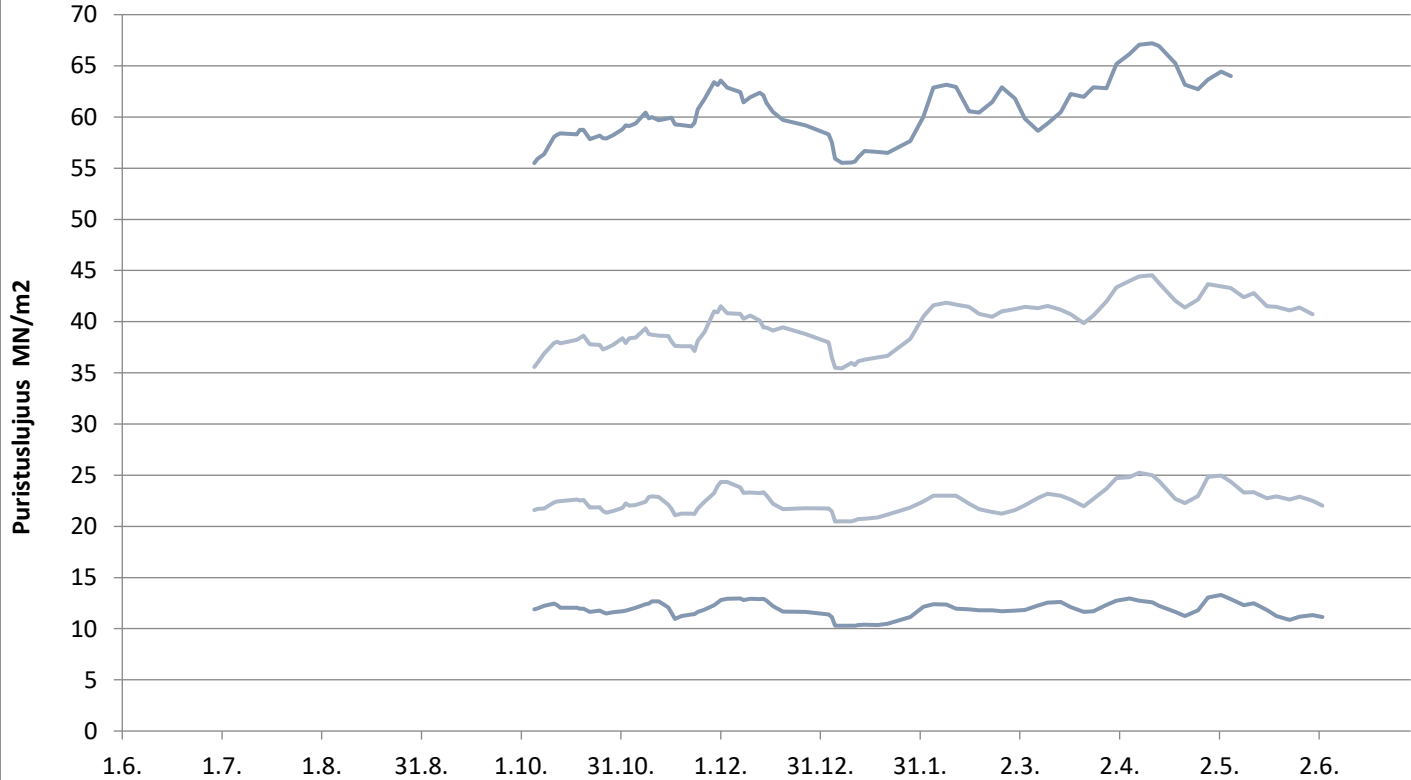


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

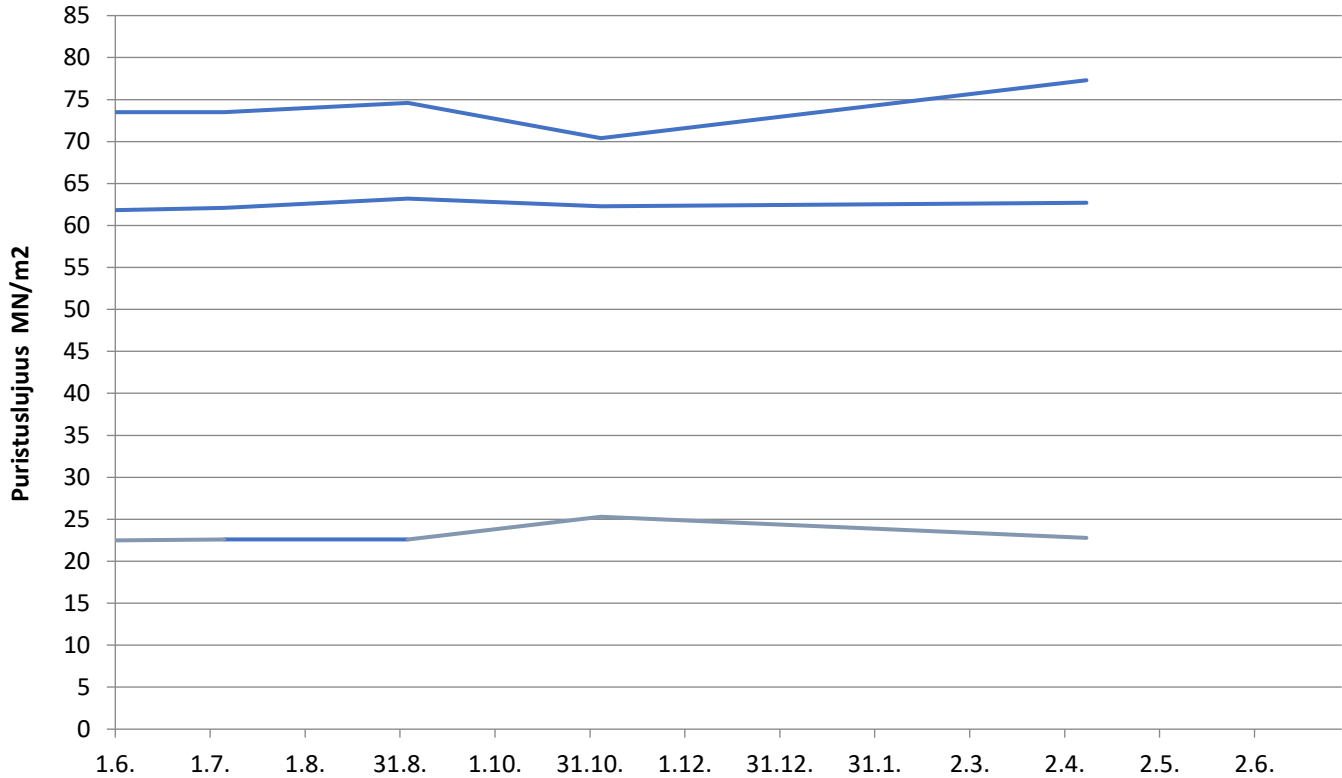

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

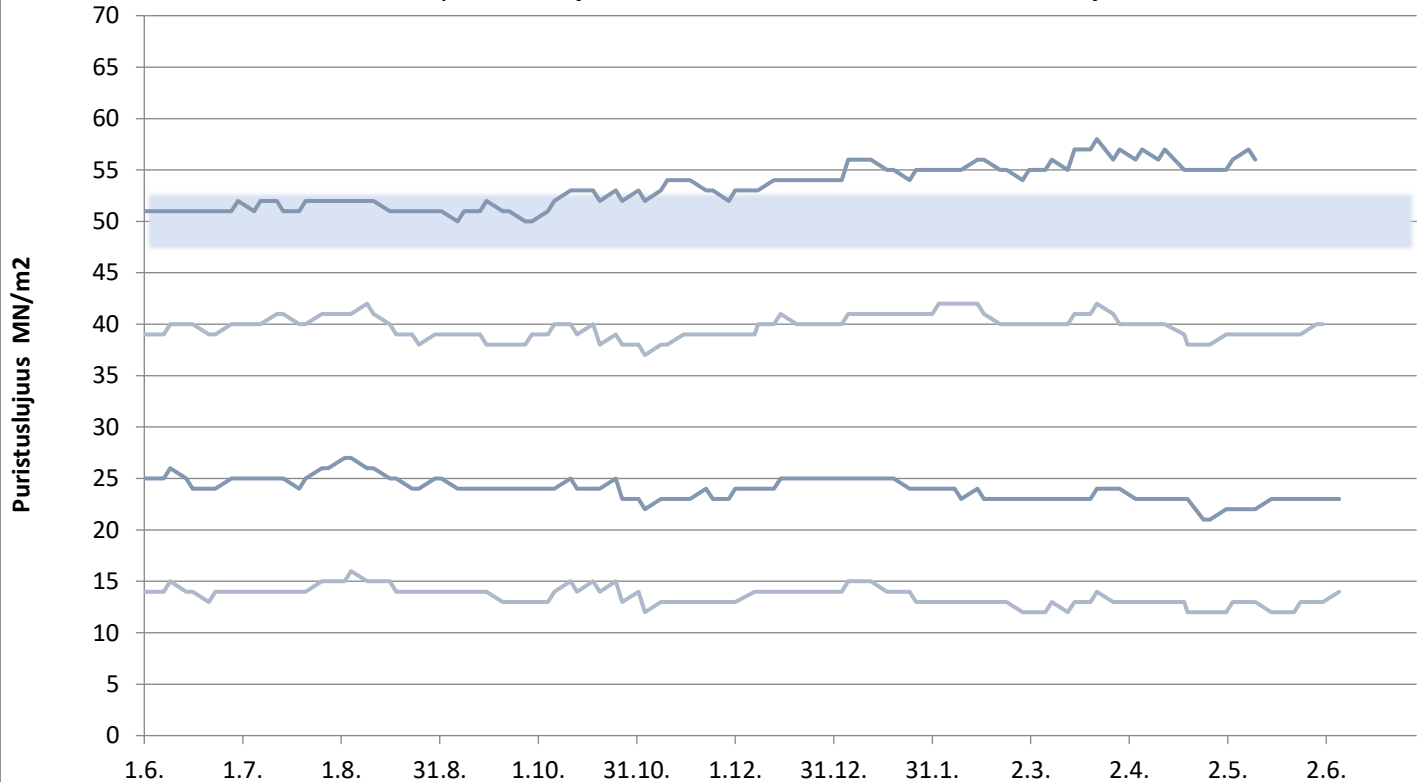

päivitetty 9.6.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

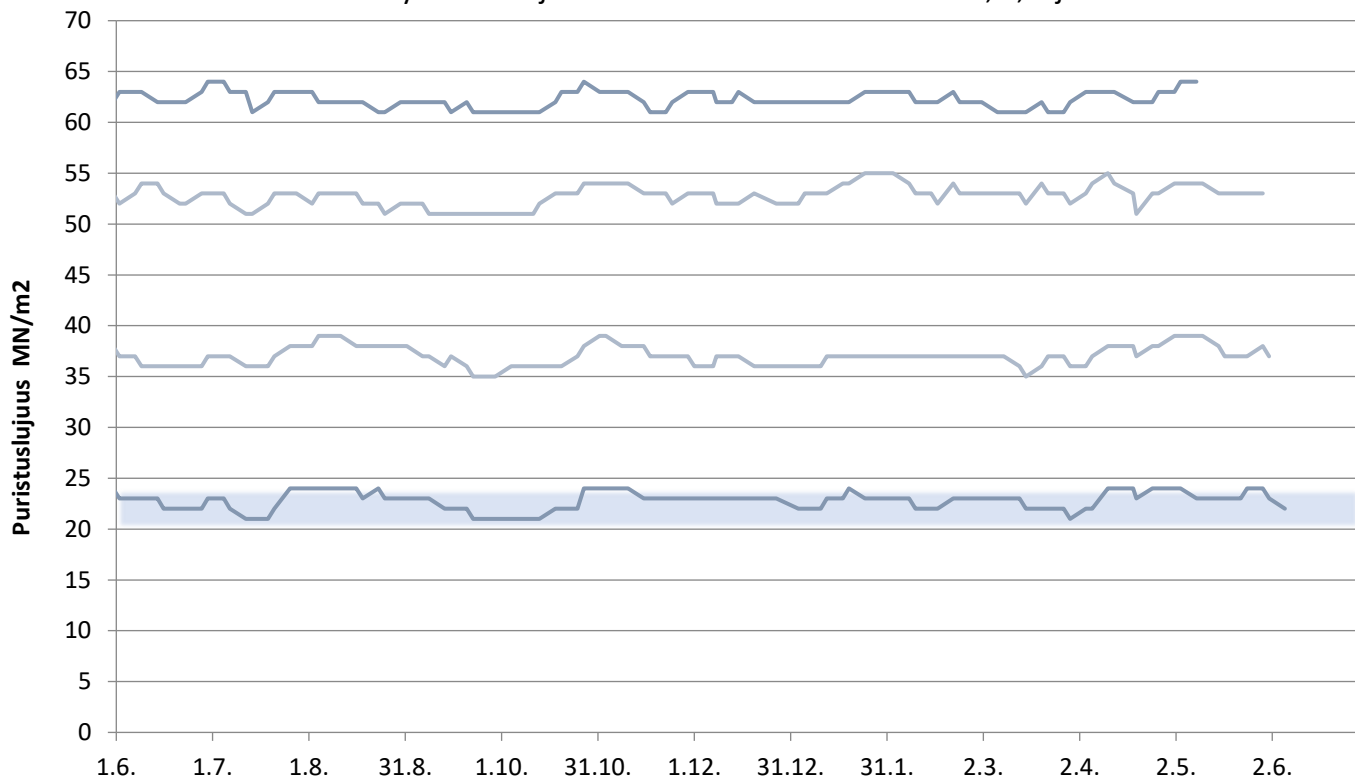


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

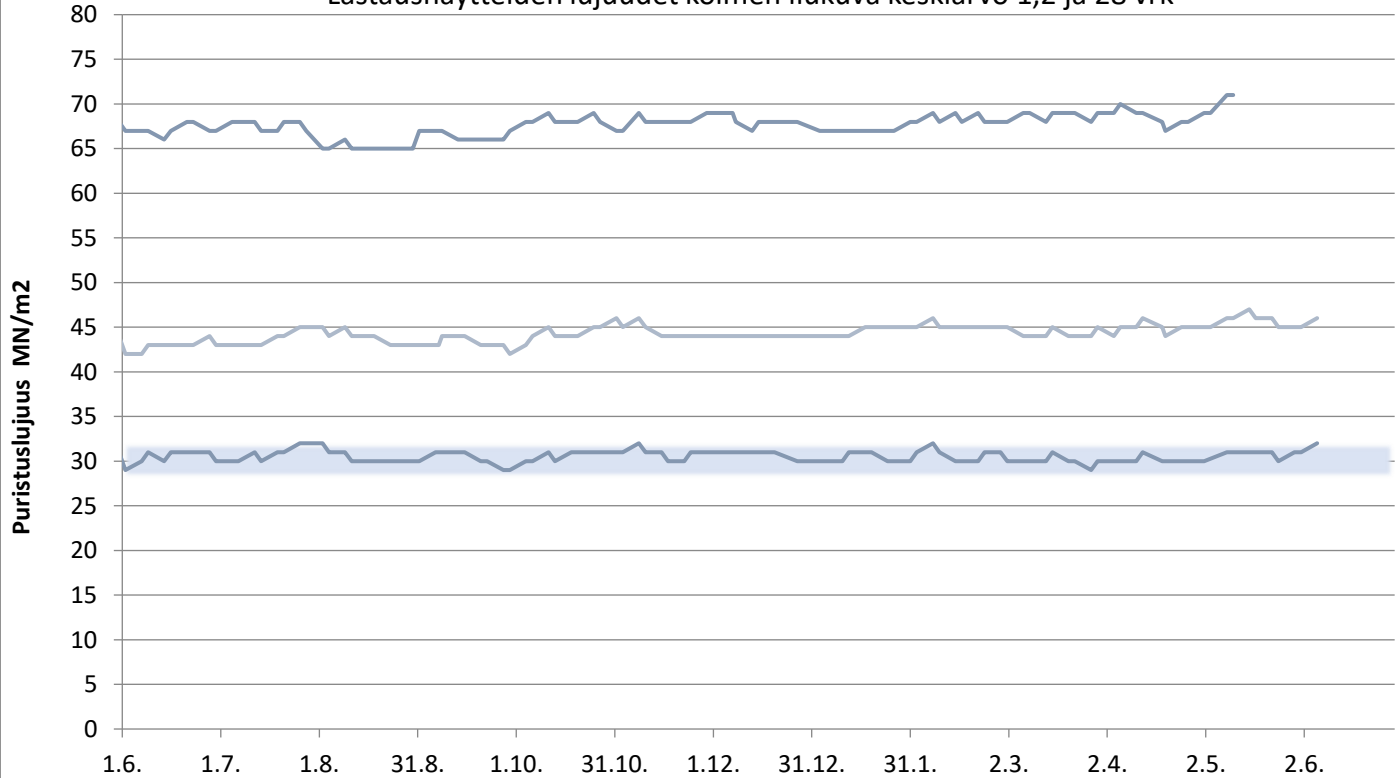


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

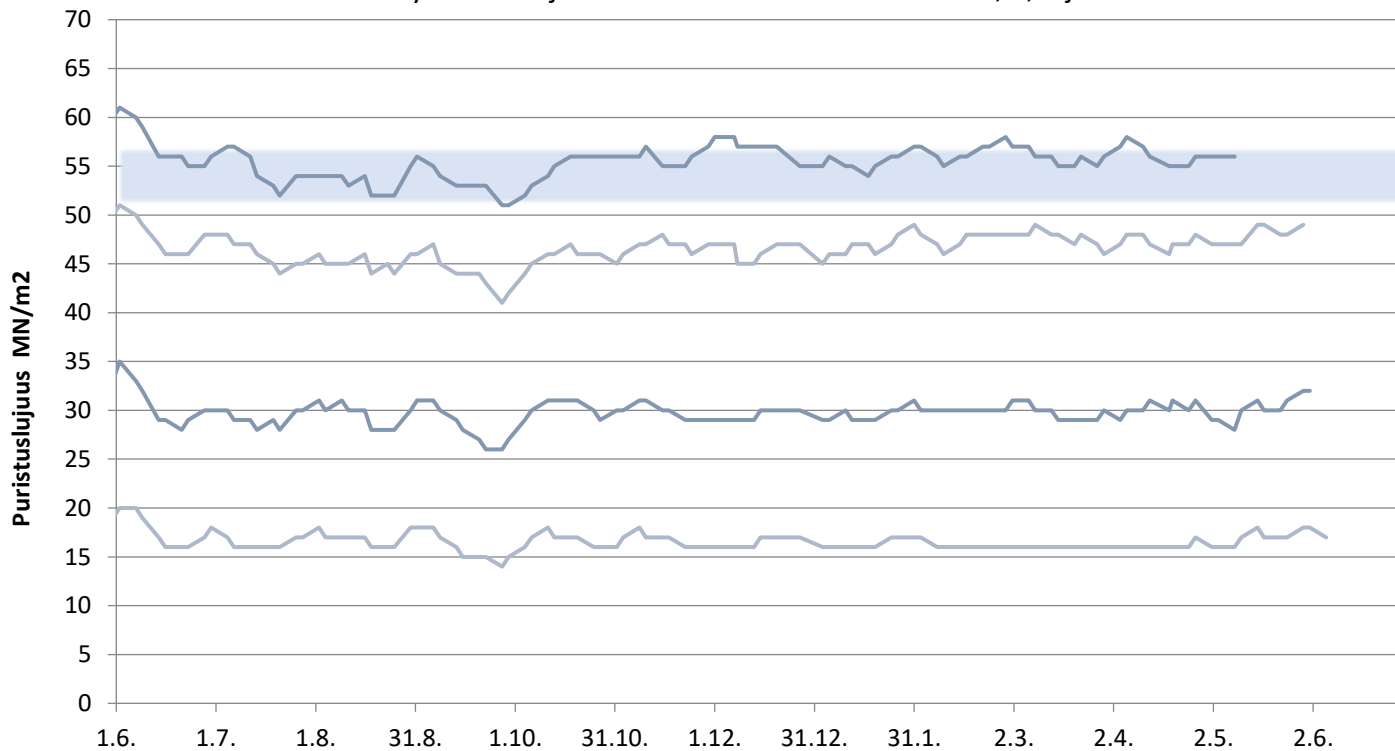


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

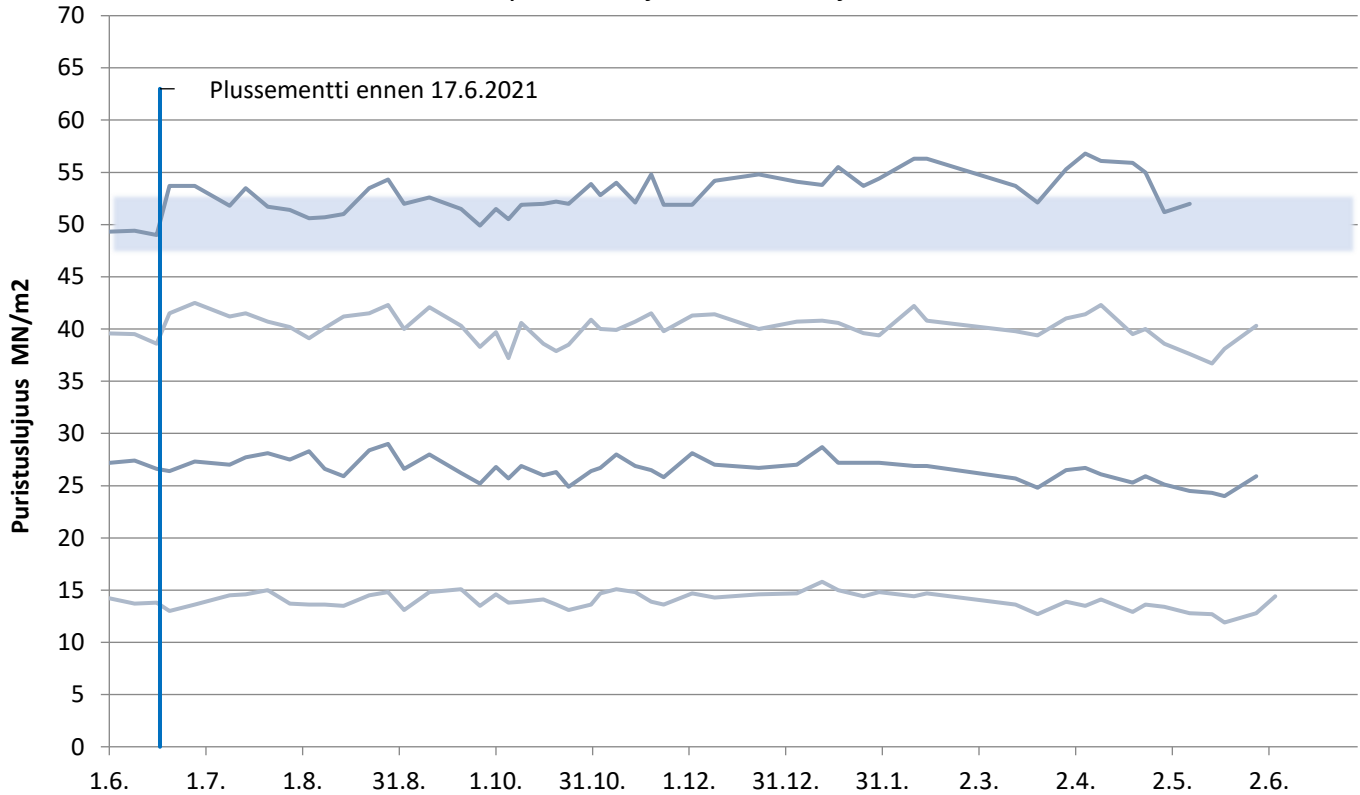


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

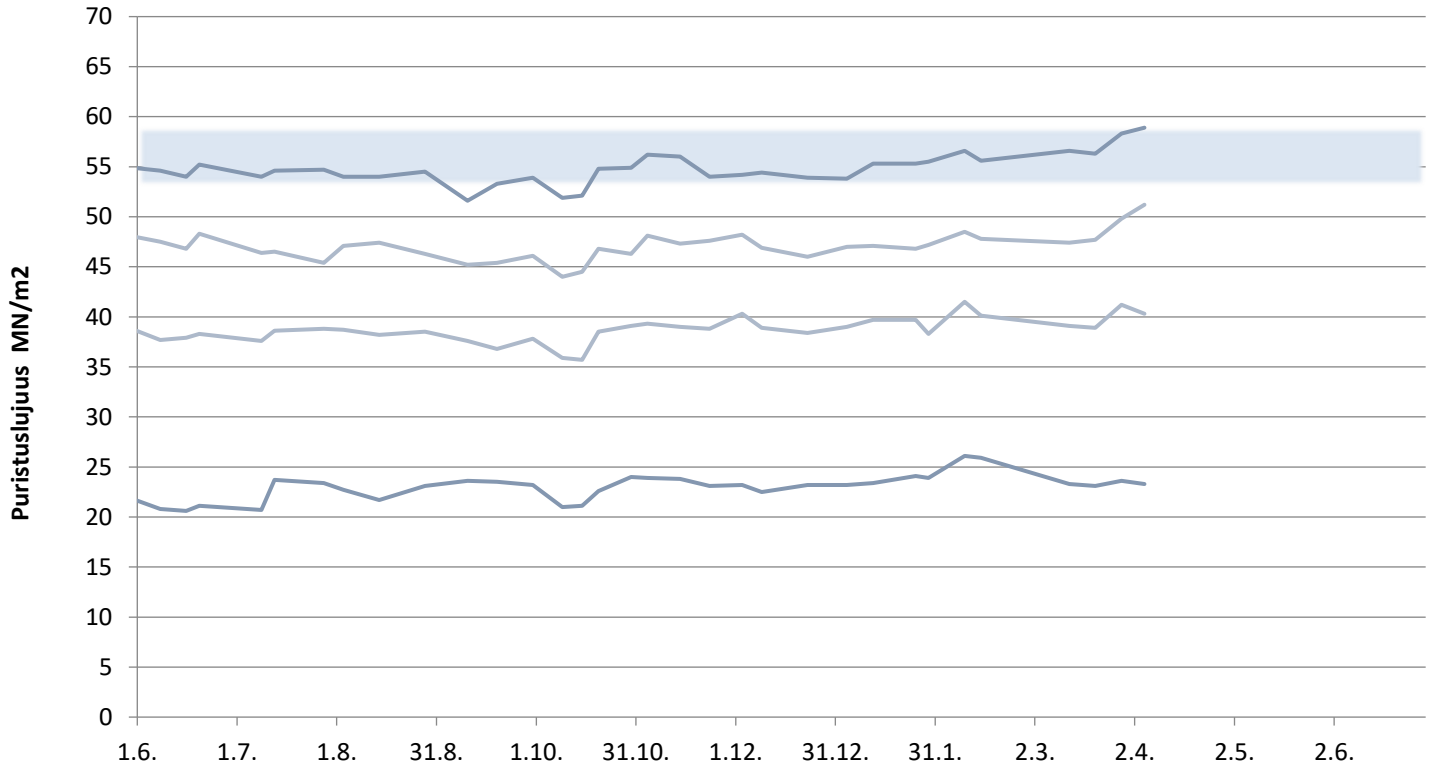


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

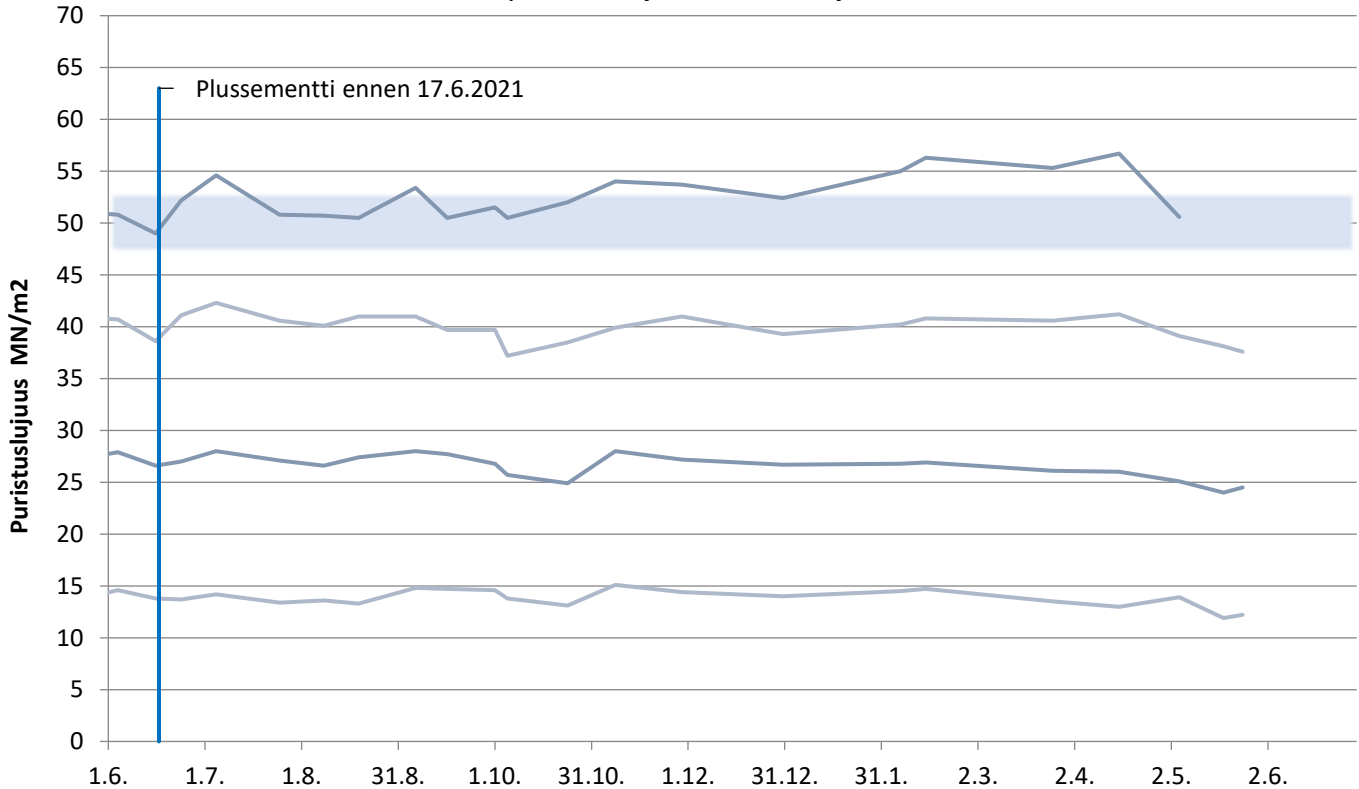


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

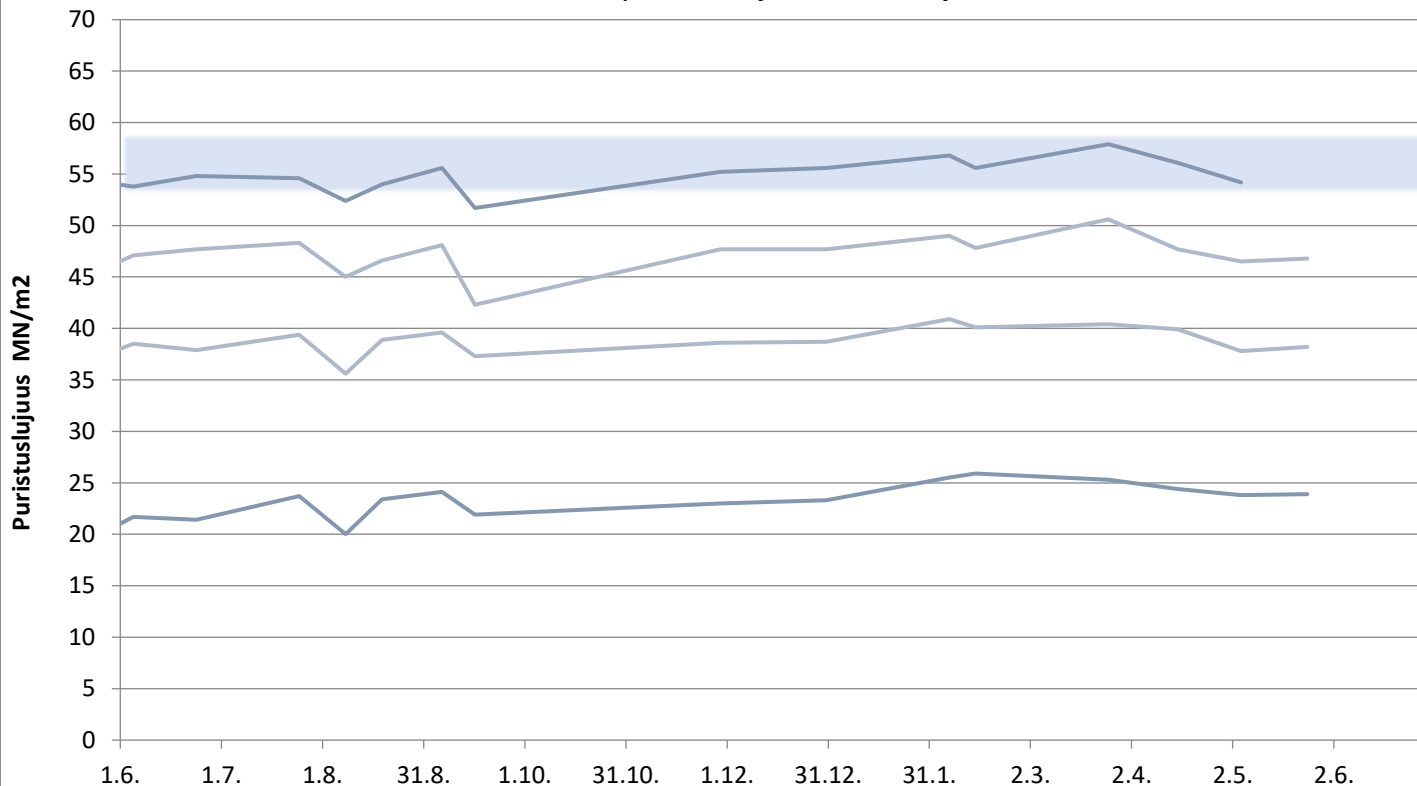


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

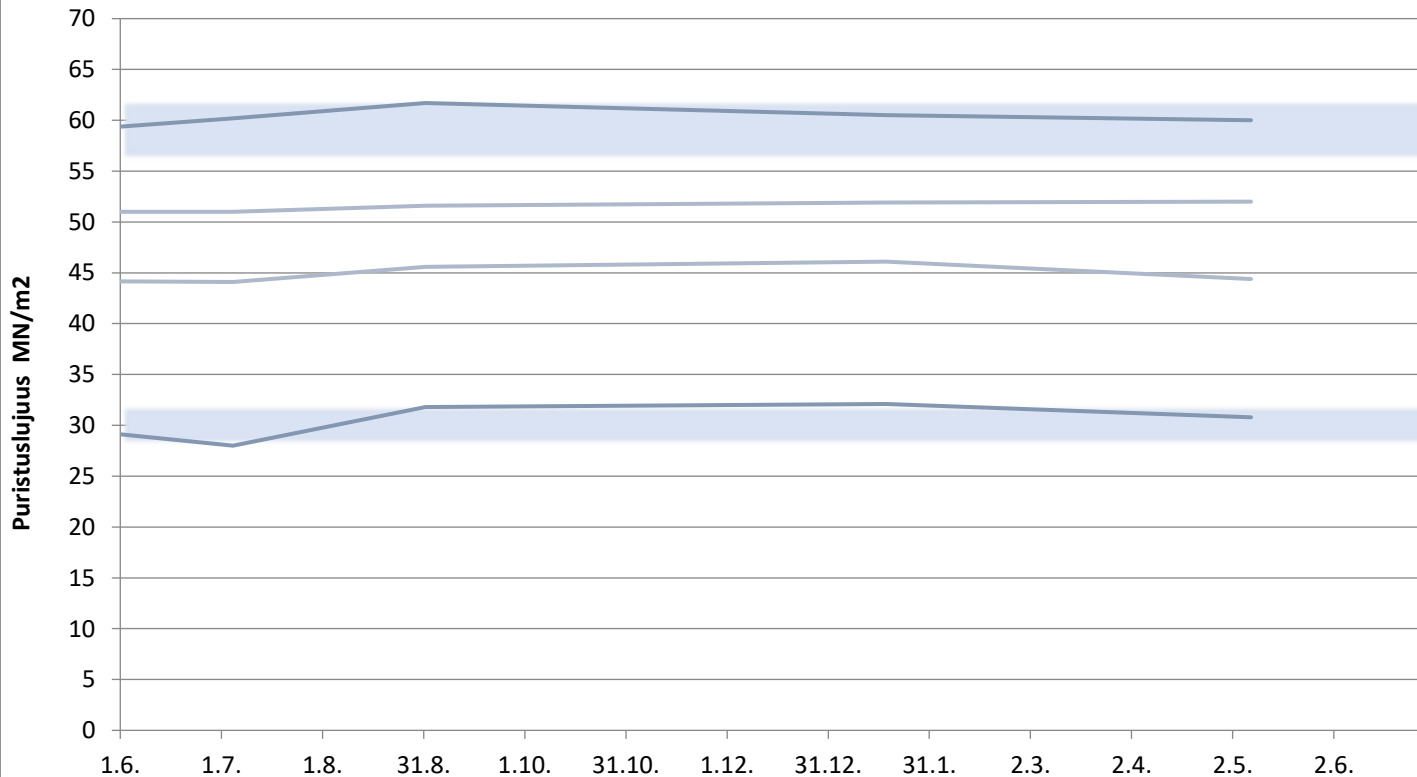

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

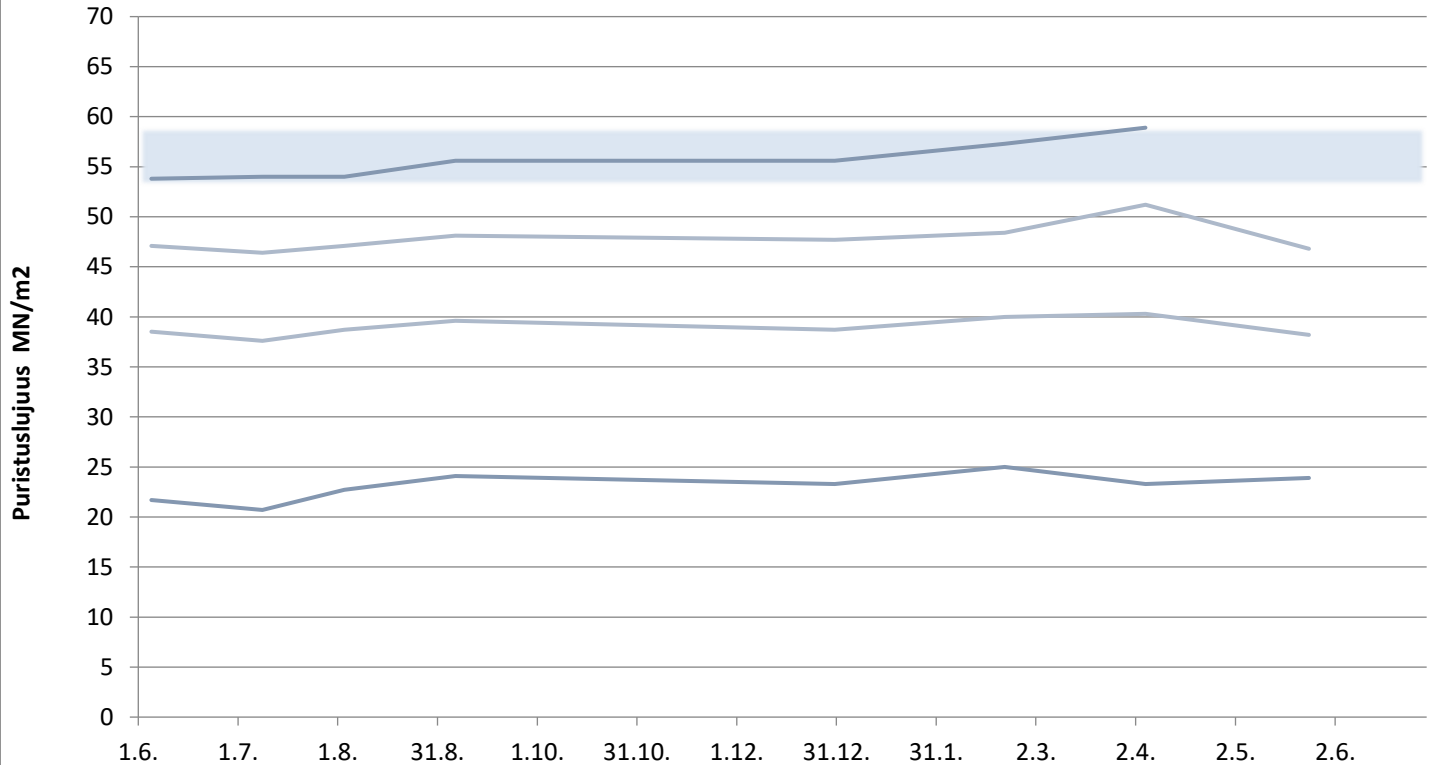

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

