

Laatuinformaatio vko 6

pvm:

10.2.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	28.01.	14	25.01.	40	27.12.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	01.02.	15	28.01.	40	04.01.	53	440	35	11	19
	04.02.	15	01.02.	40	07.01.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	28.01.	24	25.01.	48	27.12.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	01.02.	24	28.01.	48	04.01.	55	470	31	8	0
	04.02.	24	01.02.	47	07.01.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	28.01.	34	28.01.	46	27.12.	61				
CEM I 52.5 R	01.02.	34	01.02.	46	04.01.	60	570	33	4	0
	04.02.	34	04.02.	45	07.01.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	28.01.	19	28.01.	32	27.12.	51				
CEM I 42.5 R	01.02.	19	01.02.	32	04.01.	51	410	29	4	0
	04.02.	19	04.02.	31	07.01.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	28.01.	11	21.01.	37	07.01.	56				
CEM III/A 52,5 L	01.02.	12	28.01.	38	10.01.	56	510	42	2	40
	04.02.	12	01.02.	41	11.01.	56				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	03.09.	75	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	31.01.	13	26.01.	41	05.01.	56				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	02.02.	13	31.01.	41	10.01.	56	440	34	13	21
	07.02.	13	02.02.	42	12.01.	56				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	31.01.	23	24.01.	55	27.12.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	02.02.	23	26.01.	55	03.01.	62	480	29	9	0
	07.02.	23	31.01.	57	05.01.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	31.01.	30	31.01.	45	05.01.	67				
CEM I 52.5 R	02.02.	31	02.02.	45	10.01.	67	560	31	4	0
	07.02.	32	07.02.	46	12.01.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	26.01.	30	24.01.	47	03.01.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	31.01.	31	26.01.	48	05.01.	56	360	22	4	0
	02.02.	30	31.01.	49	10.01.	55				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
20.01.	57 %	03.01.	89 %
24.01.	58 %	06.01.	87 %
27.01.	58 %	10.01.	85 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

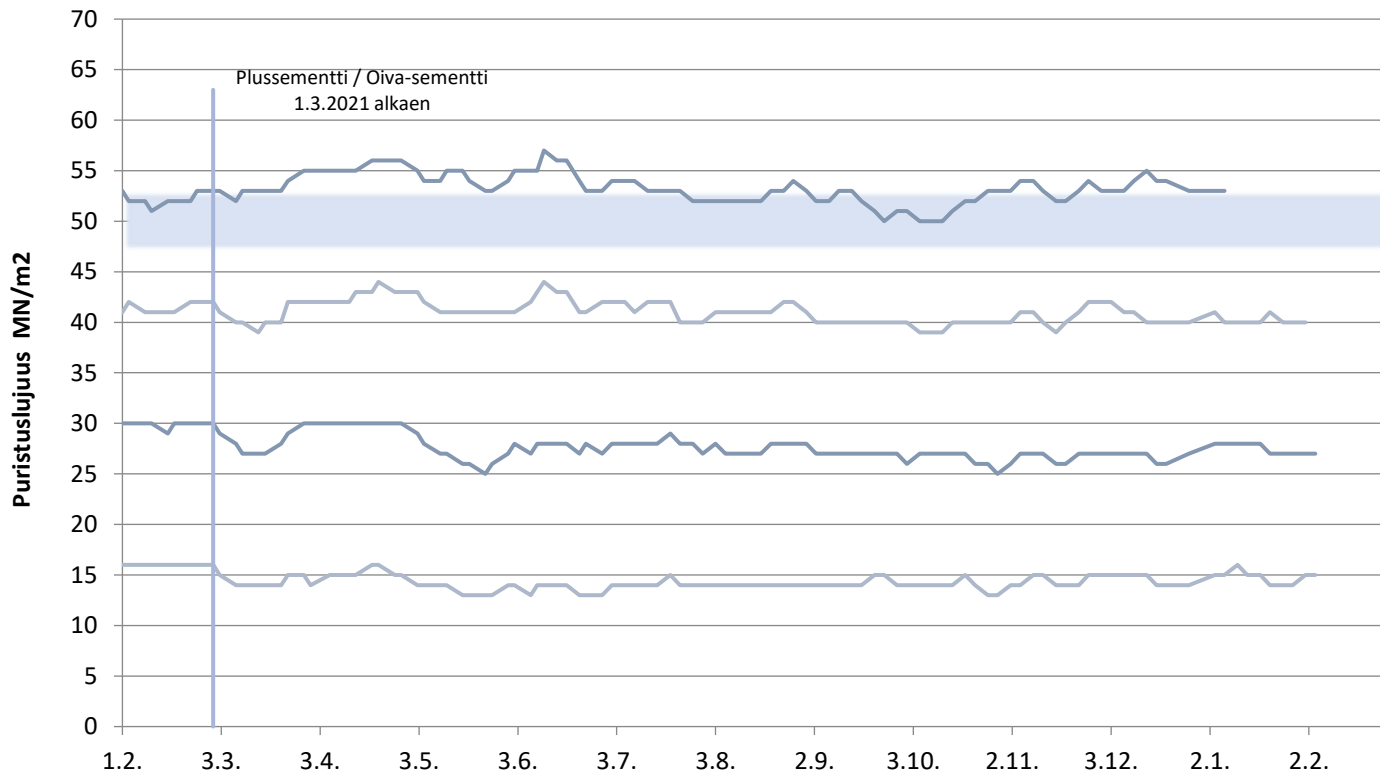


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

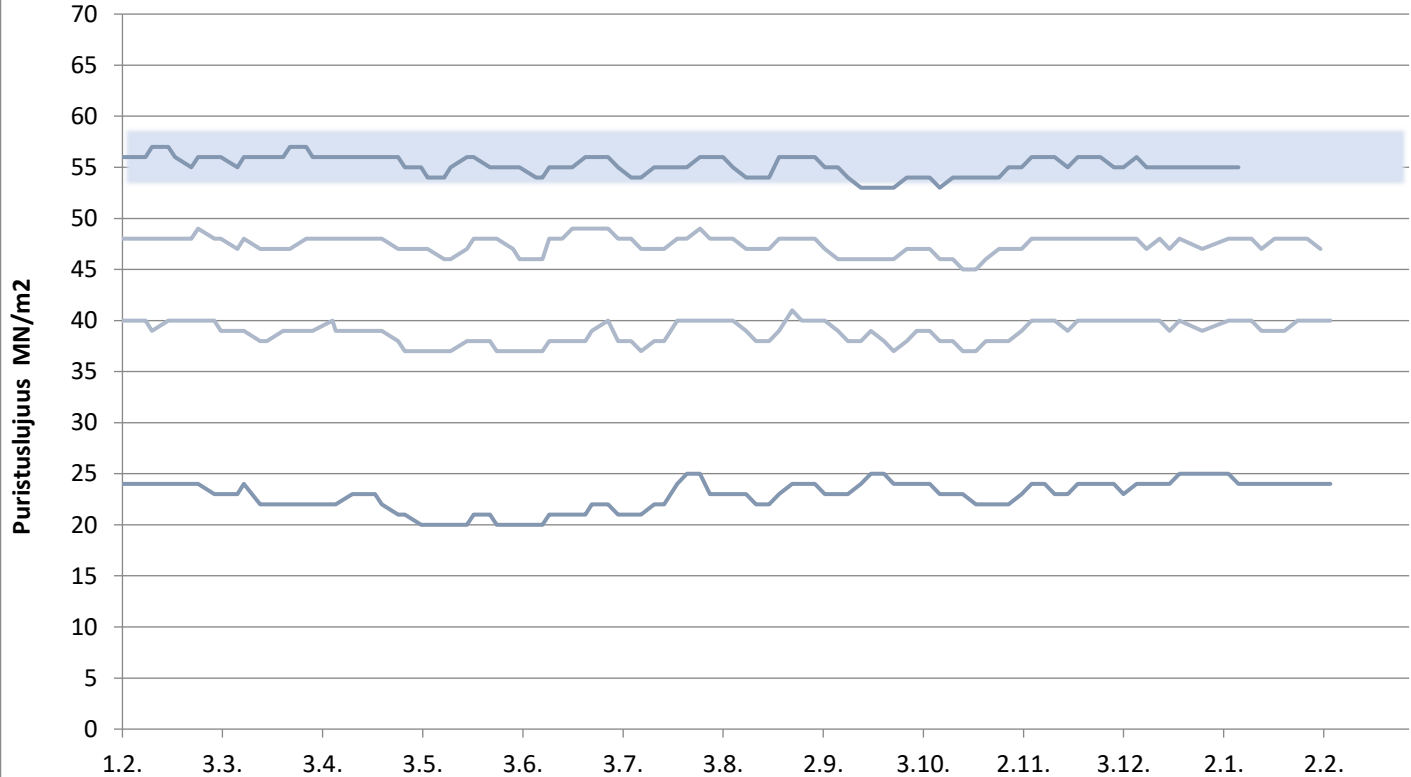


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

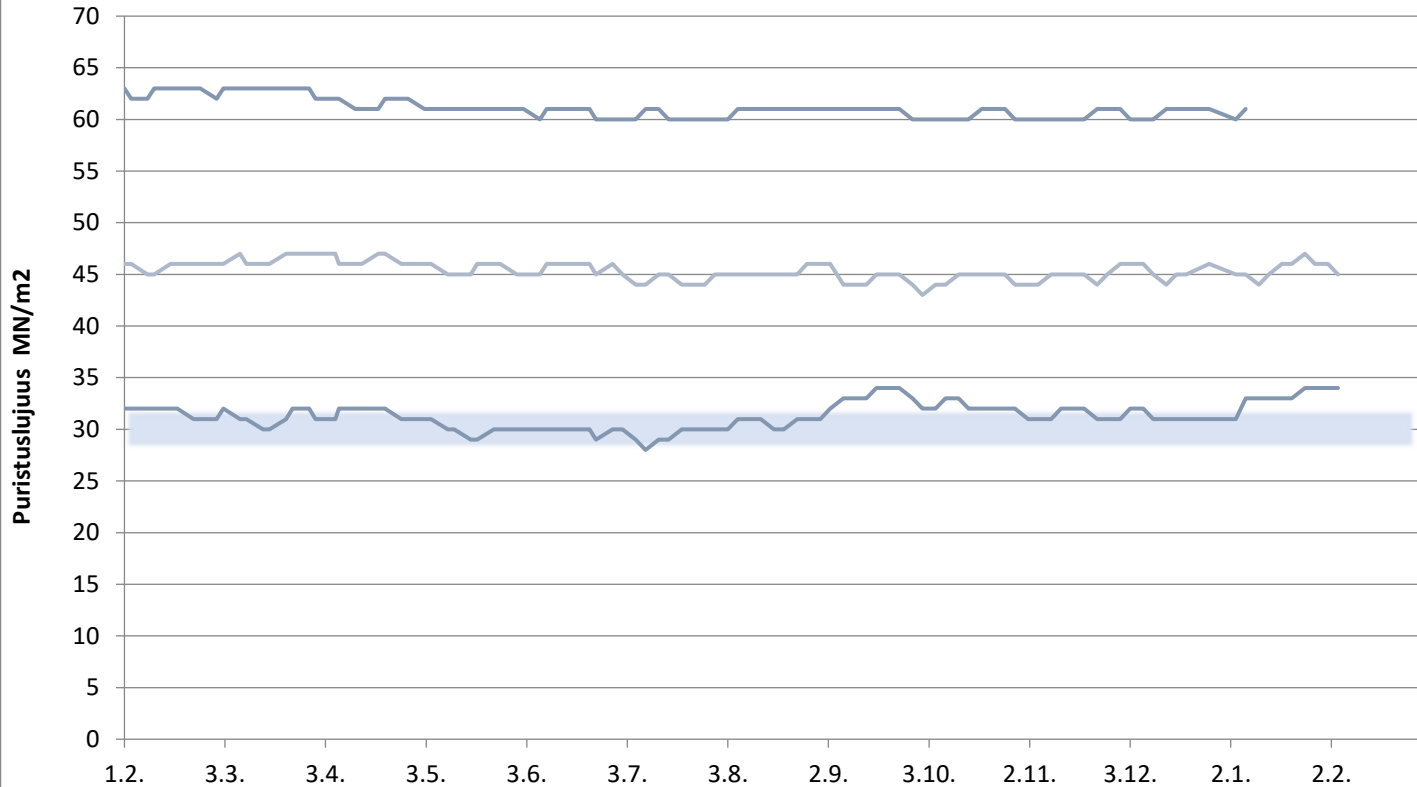


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

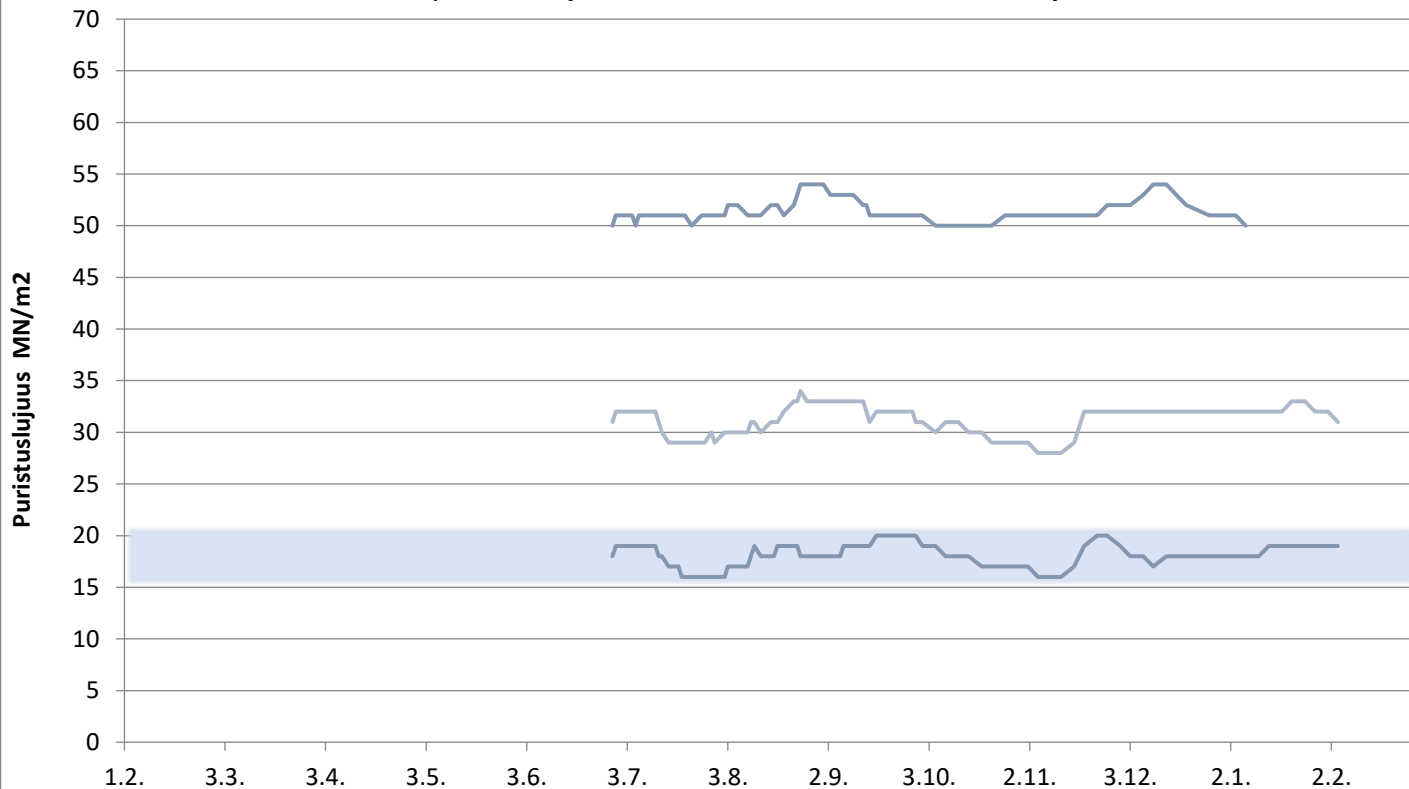


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

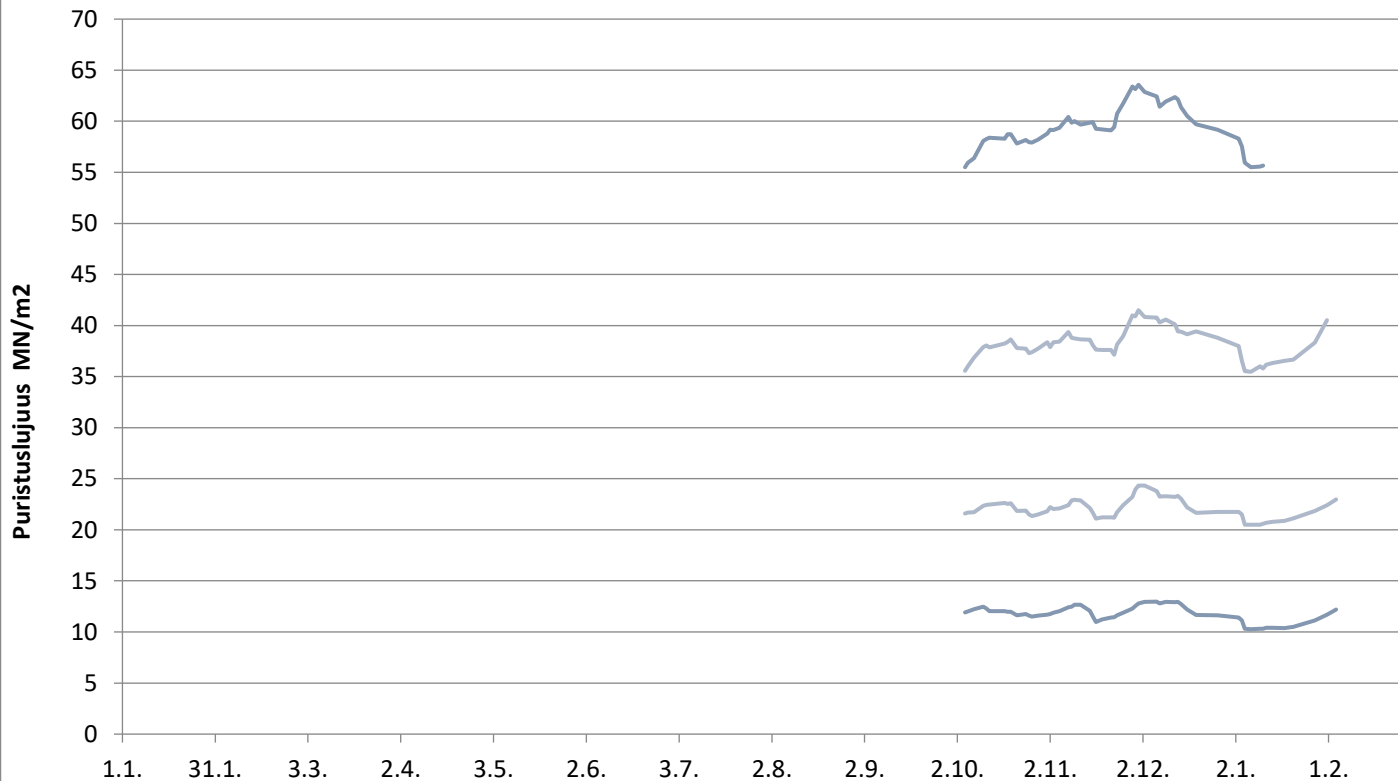


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

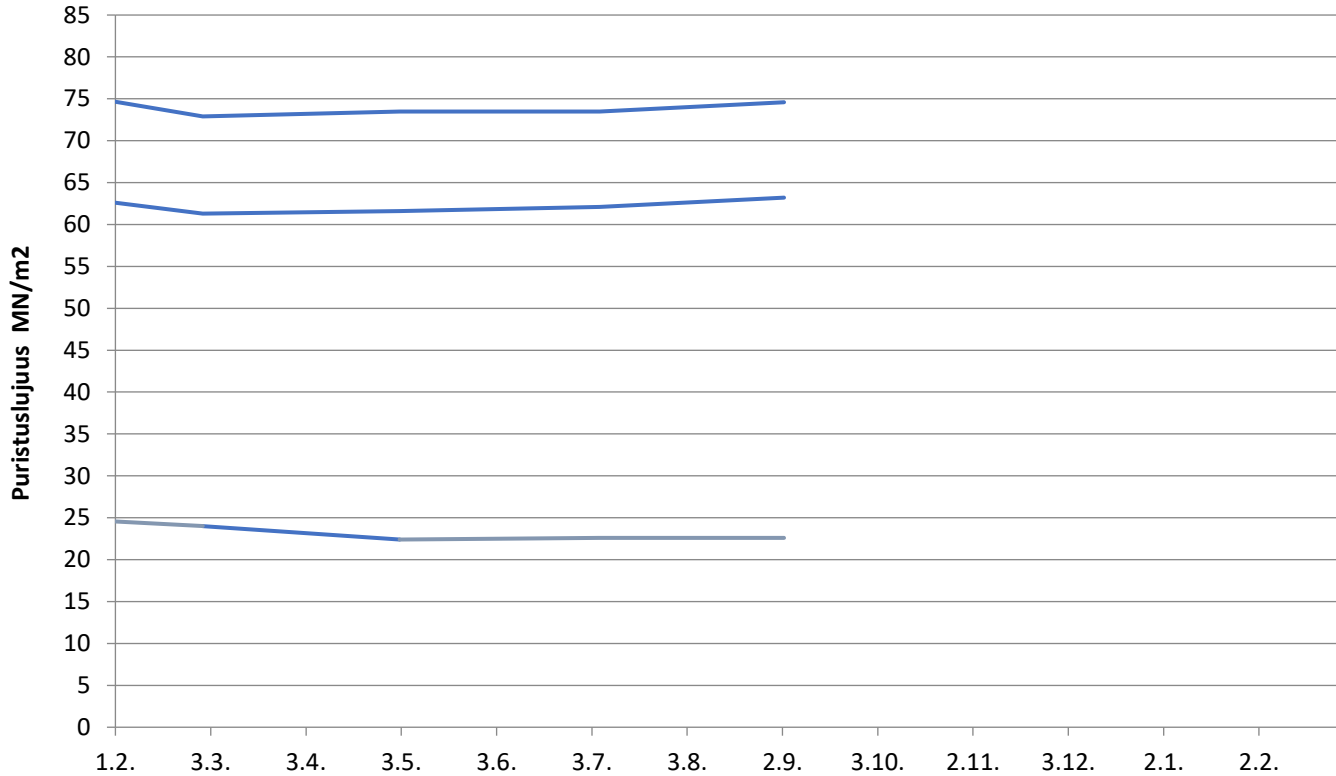

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

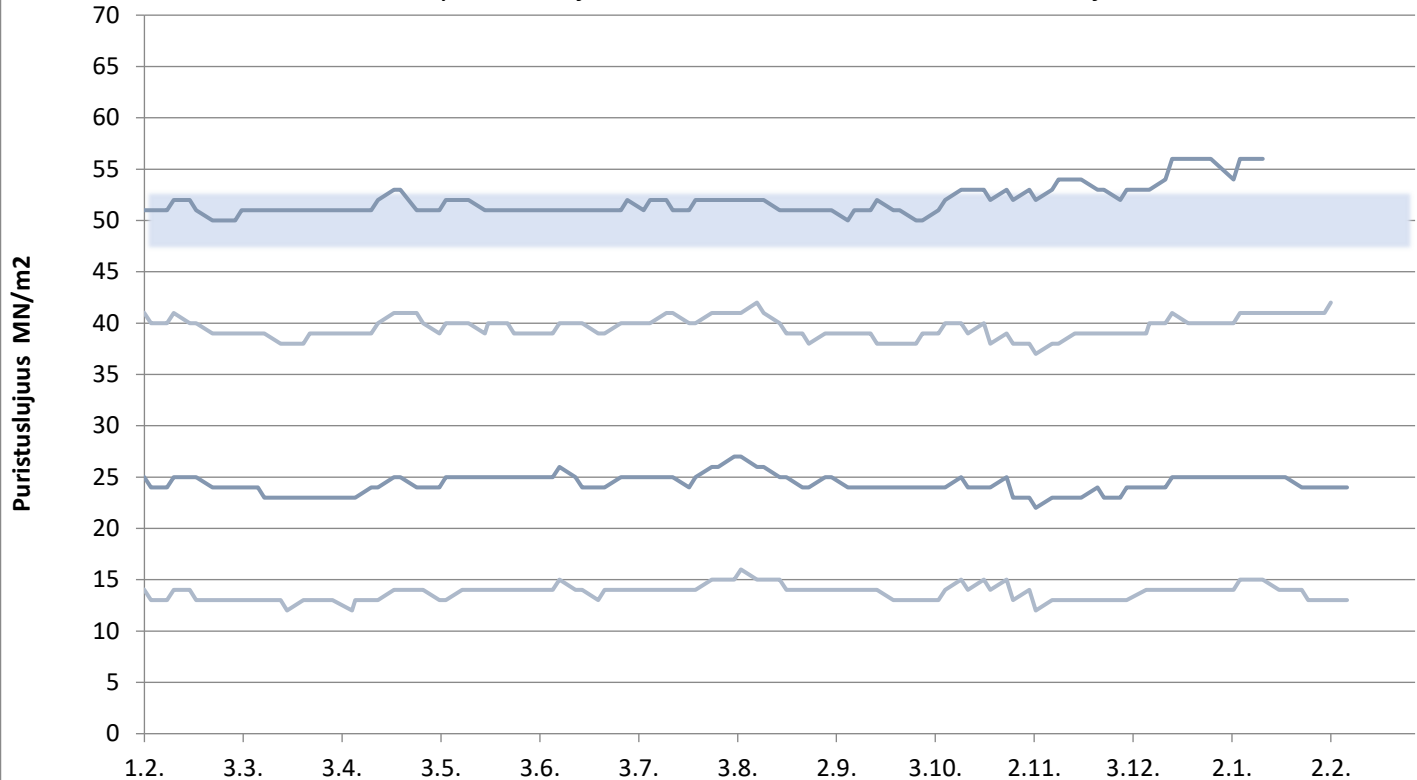

päivitetty 10.2.2022


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

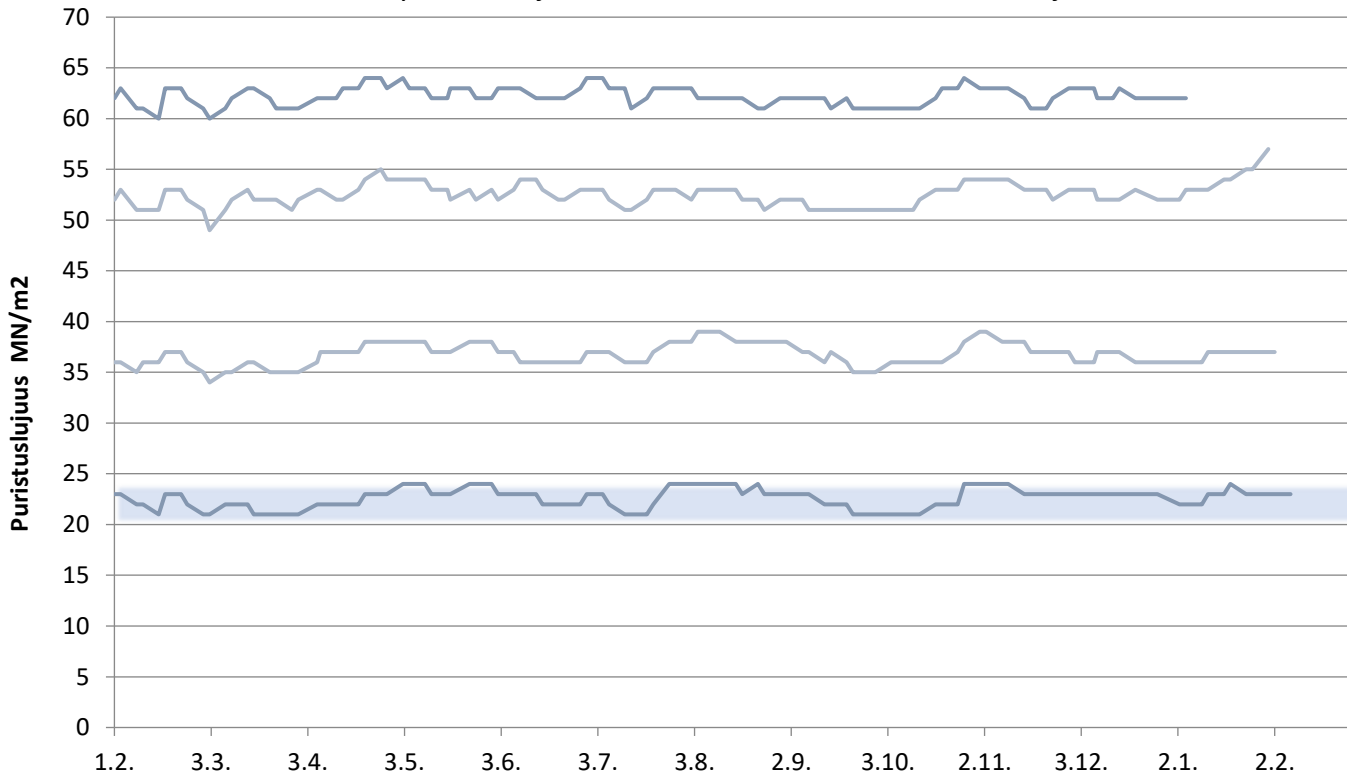


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

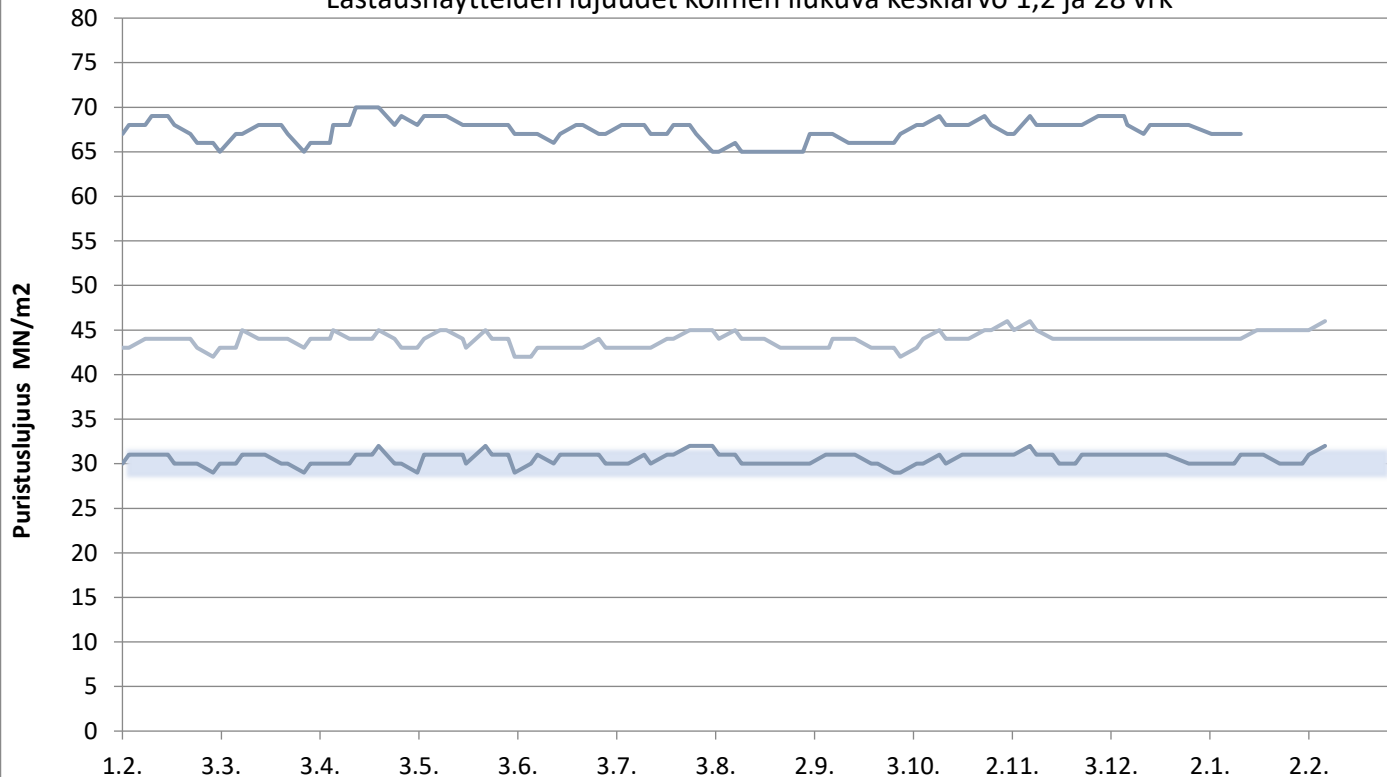


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

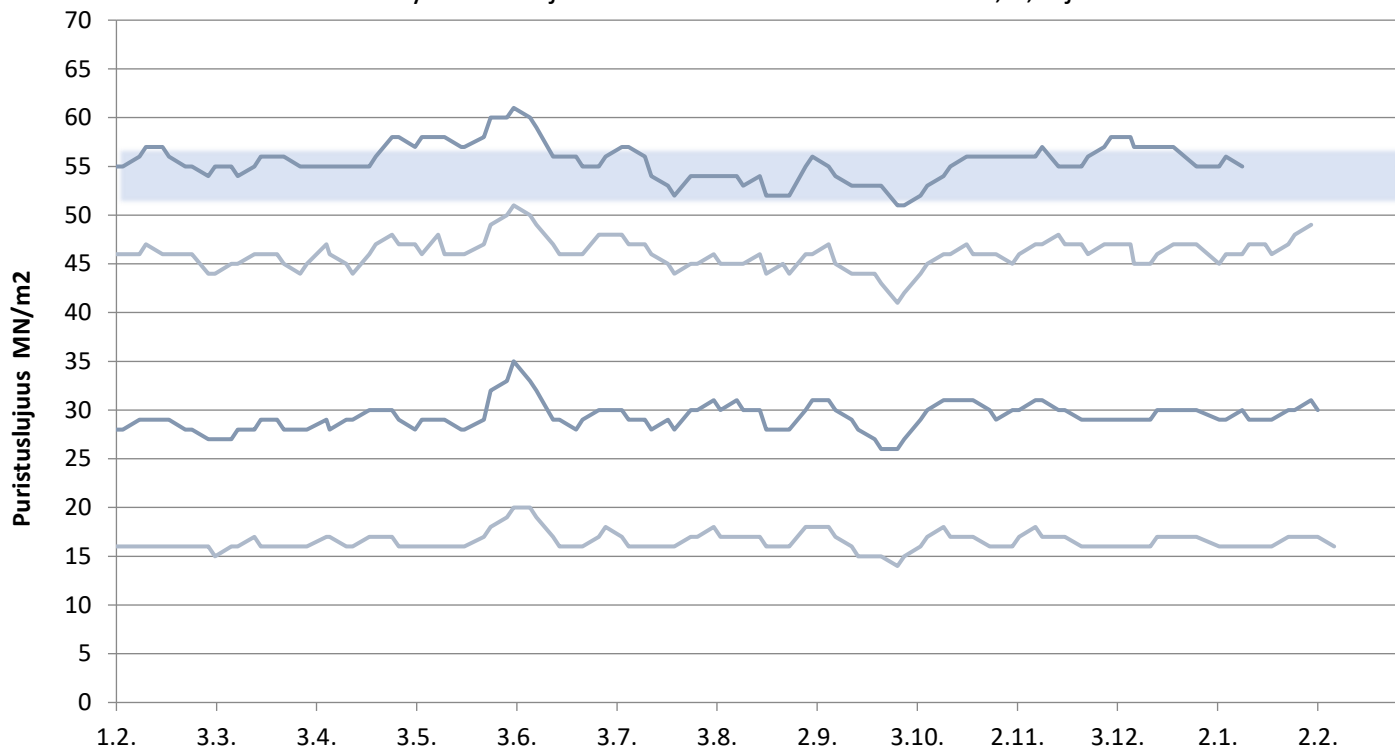


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

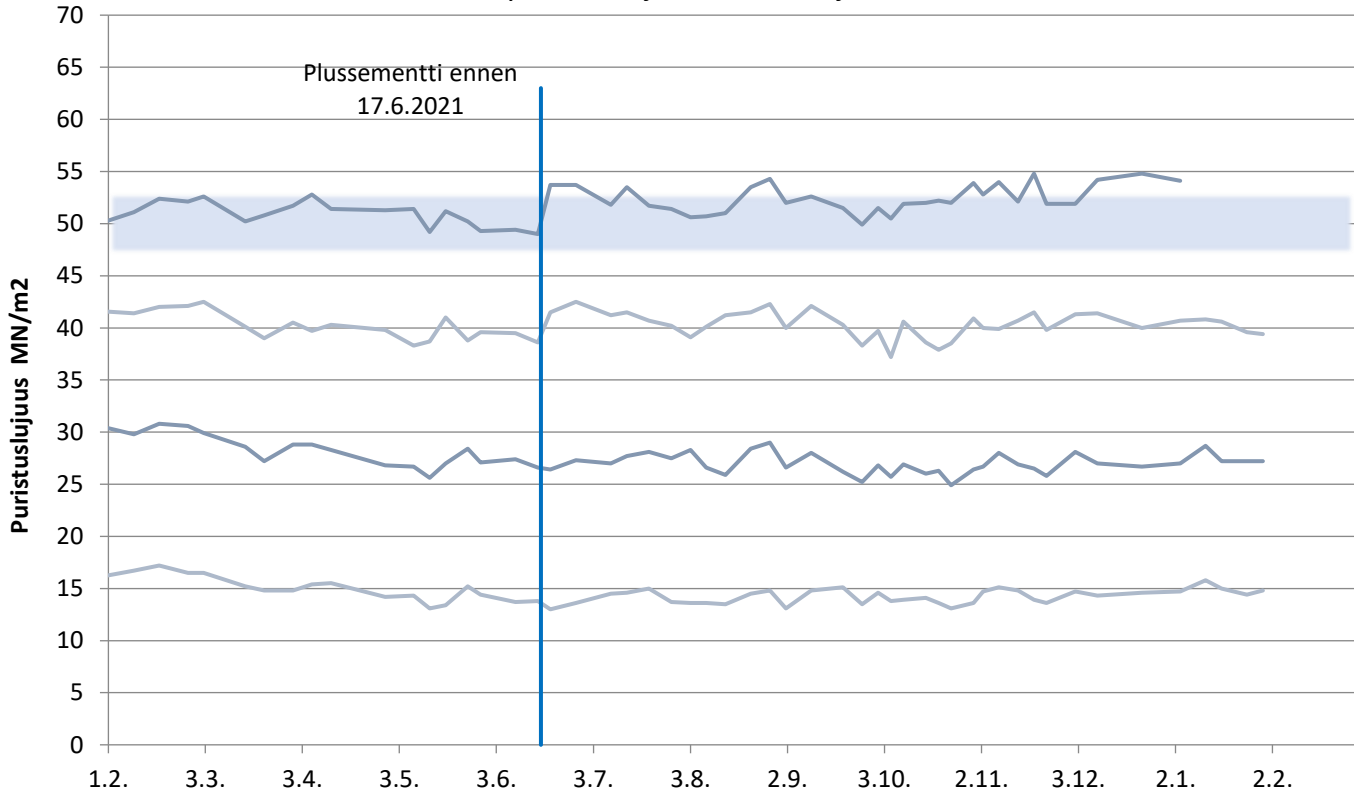


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

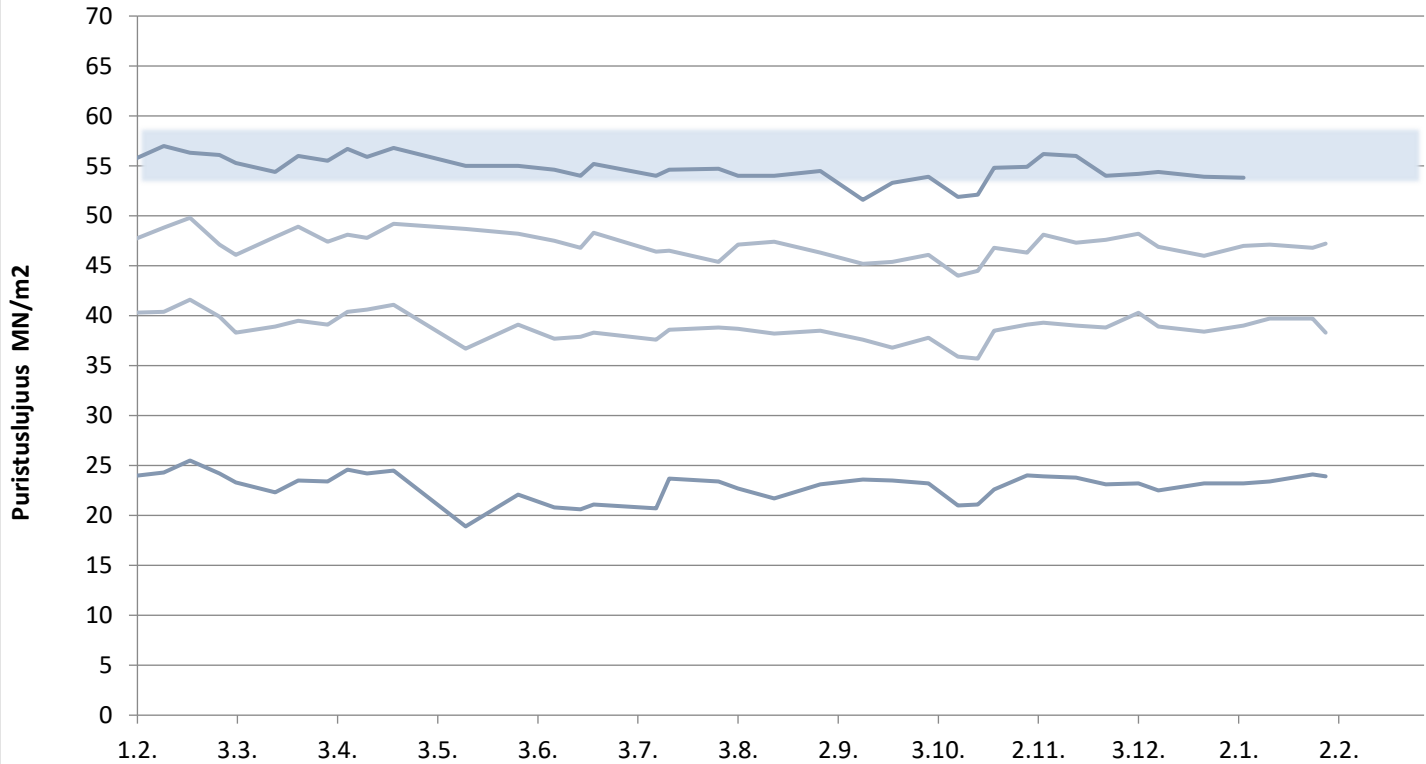


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

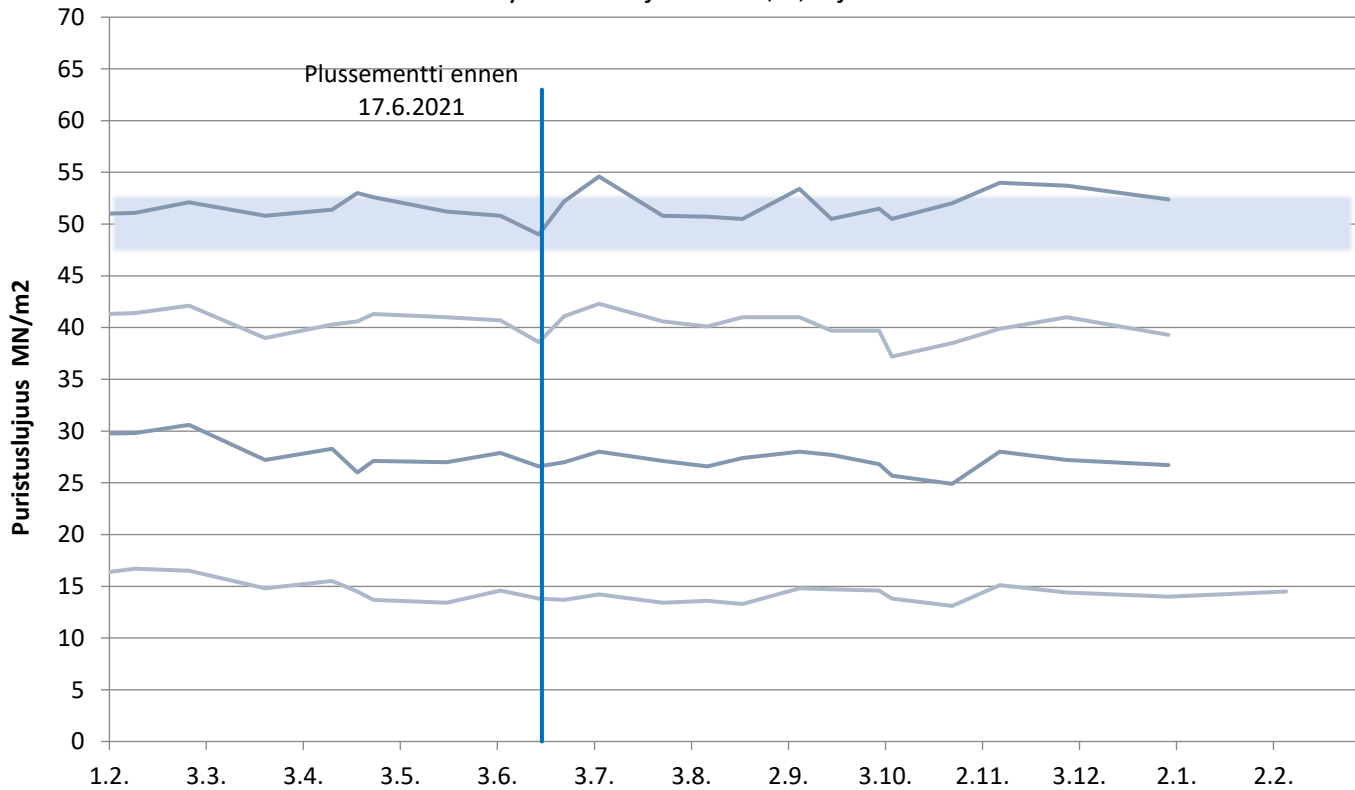


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

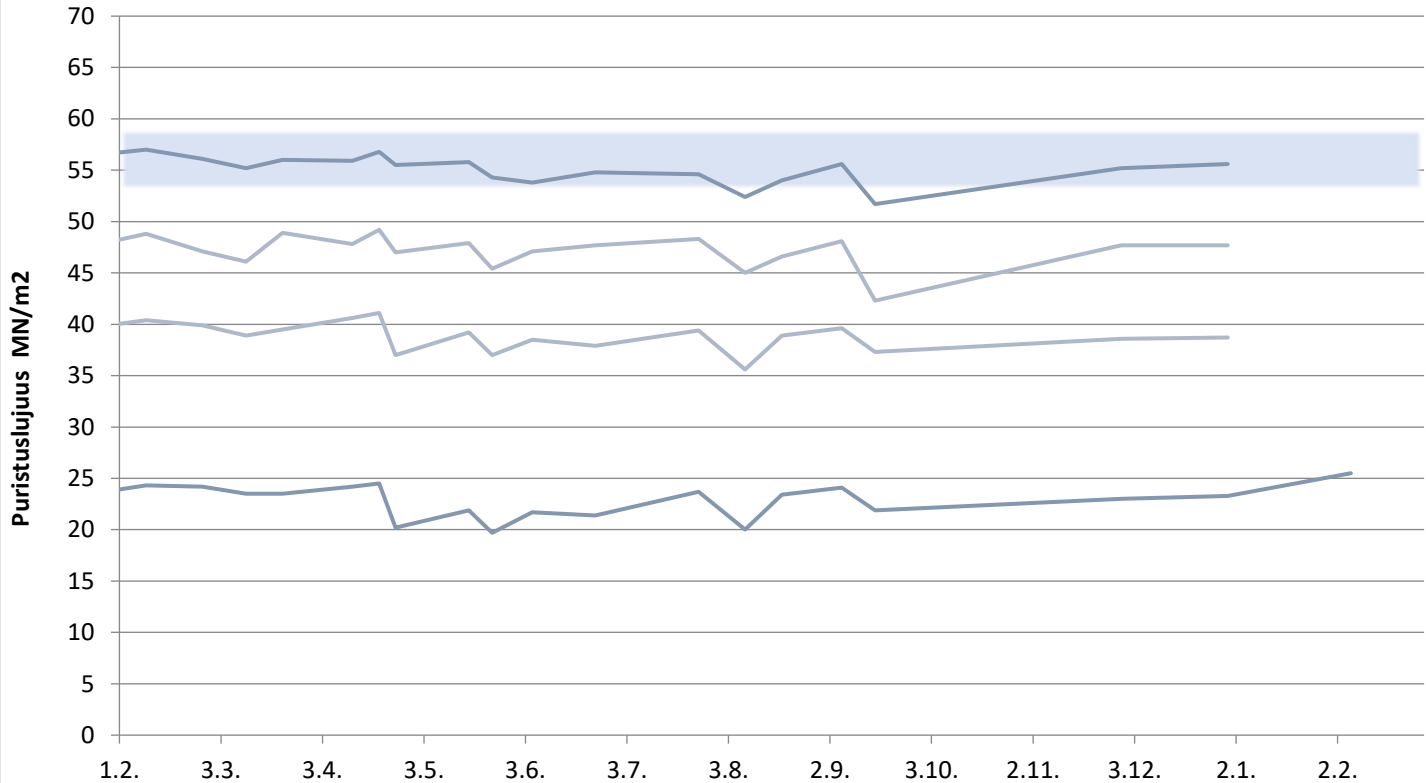


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

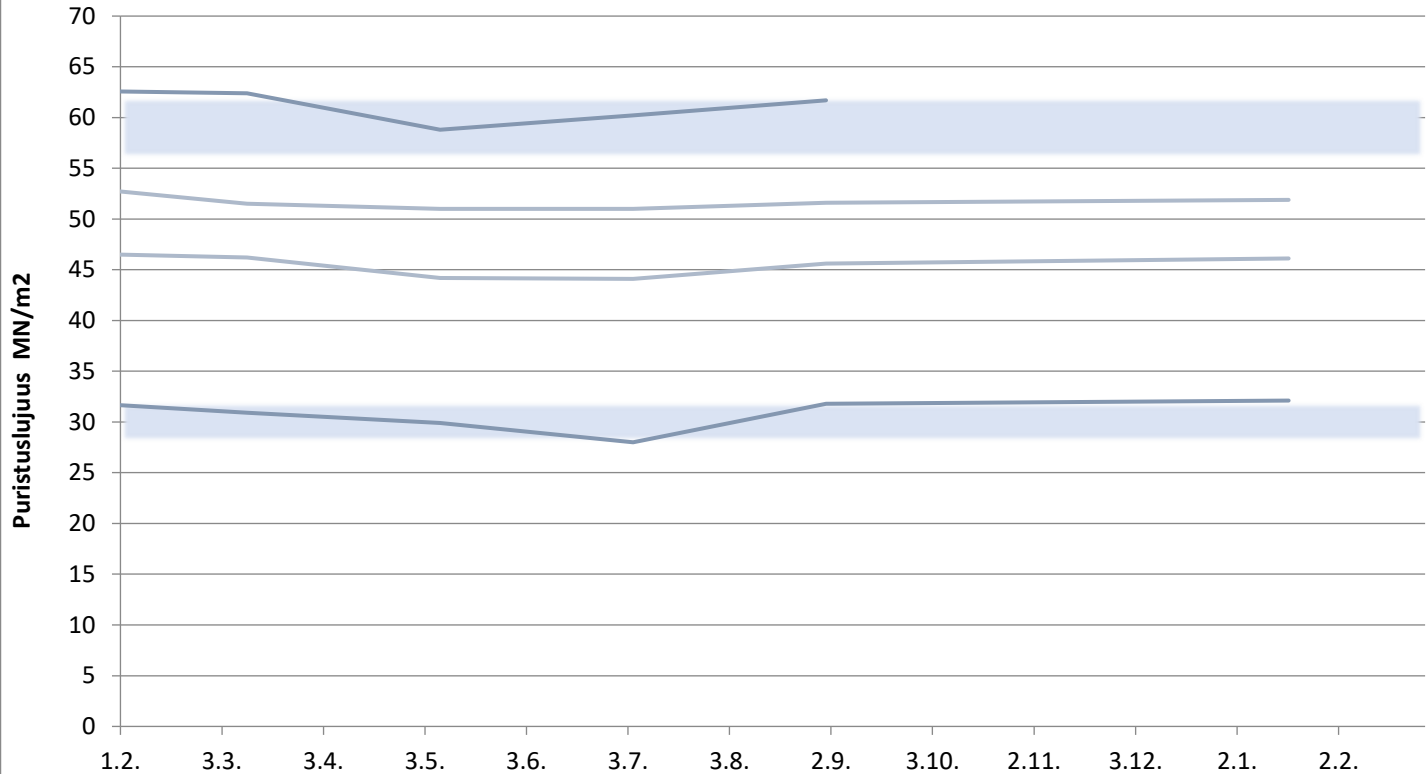

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

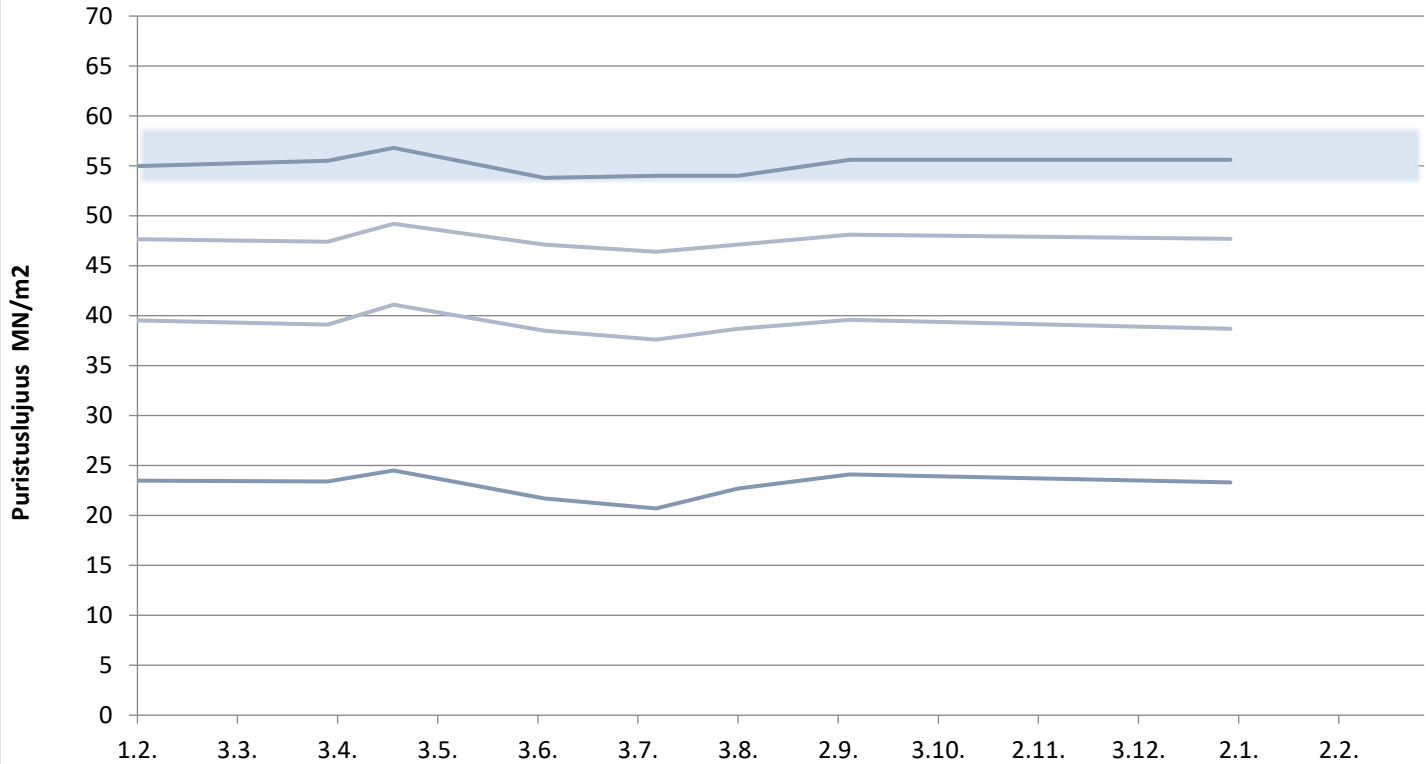

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

