

Laatuinformaatio vko 7

pvm:

17.2.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	04.02.	15	01.02.	40	07.01.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	08.02.	15	04.02.	41	11.01.	54	440	35	11	19
	11.02.	14	08.02.	41	14.01.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	04.02.	24	01.02.	47	07.01.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	08.02.	25	04.02.	48	11.01.	55	470	31	8	0
	11.02.	26	08.02.	48	14.01.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	04.02.	34	04.02.	45	07.01.	61				
CEM I 52.5 R	08.02.	34	08.02.	46	11.01.	61	560	33	4	0
	11.02.	35	11.02.	45	14.01.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	04.02.	19	04.02.	31	07.01.	50				
CEM I 42.5 R	08.02.	19	08.02.	31	11.01.	51	410	29	4	0
	11.02.	19	11.02.	31	14.01.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	04.02.	12	01.02.	41	11.01.	56				
CEM III/A 52,5 L	08.02.	12	04.02.	42	12.01.	56	520	42	2	40
	11.02.	12	08.02.	42	14.01.	57				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	03.09.	23	03.09.	63	03.09.	75	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	07.02.	13	02.02.	42	12.01.	56				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	09.02.	13	07.02.	42	17.01.	55	450	34	13	20
	14.02.	13	09.02.	42	19.01.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	07.02.	23	31.01.	55	10.01.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	09.02.	22	02.02.	55	12.01.	62	480	29	8	0
	14.02.	22	07.02.	54	17.01.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	07.02.	32	07.02.	46	12.01.	67				
CEM I 52.5 R	09.02.	31	09.02.	45	17.01.	67	560	31	2	0
	14.02.	30	14.02.	45	19.01.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	02.02.	30	31.01.	49	10.01.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	07.02.	30	02.02.	48	12.01.	55	360	22	4	0
	09.02.	30	07.02.	47	17.01.	54				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
24.01.	58 %	06.01.	87 %
27.01.	58 %	10.01.	85 %
01.02.	59 %	13.01.	85 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

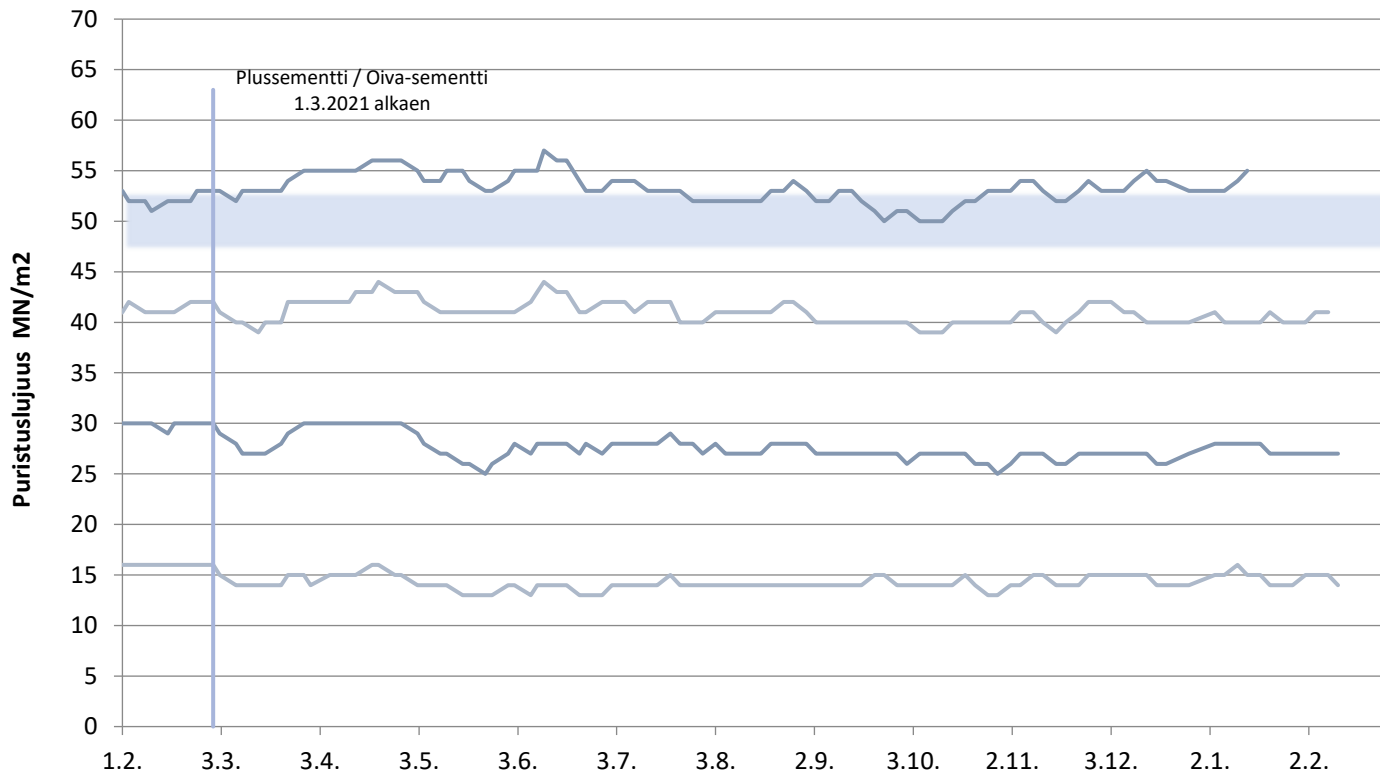


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

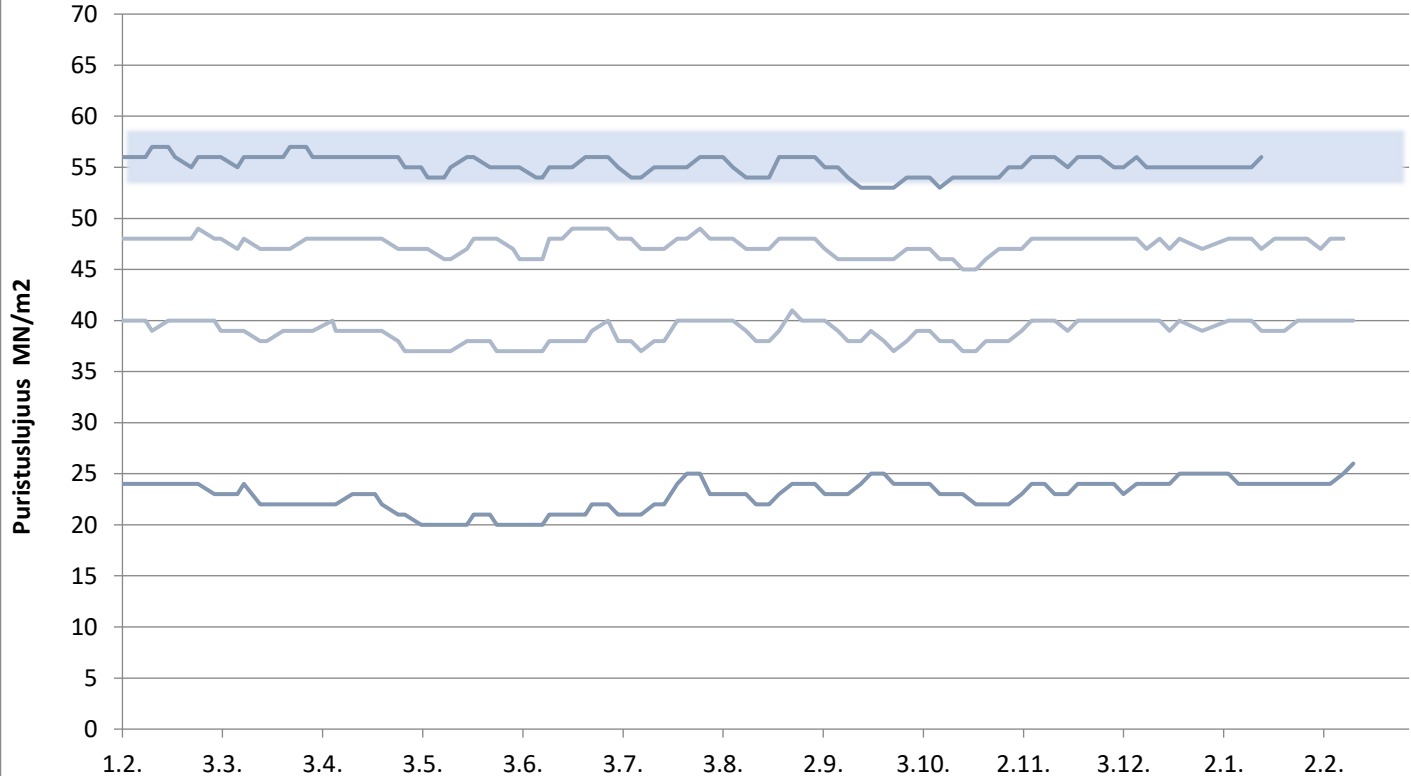


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

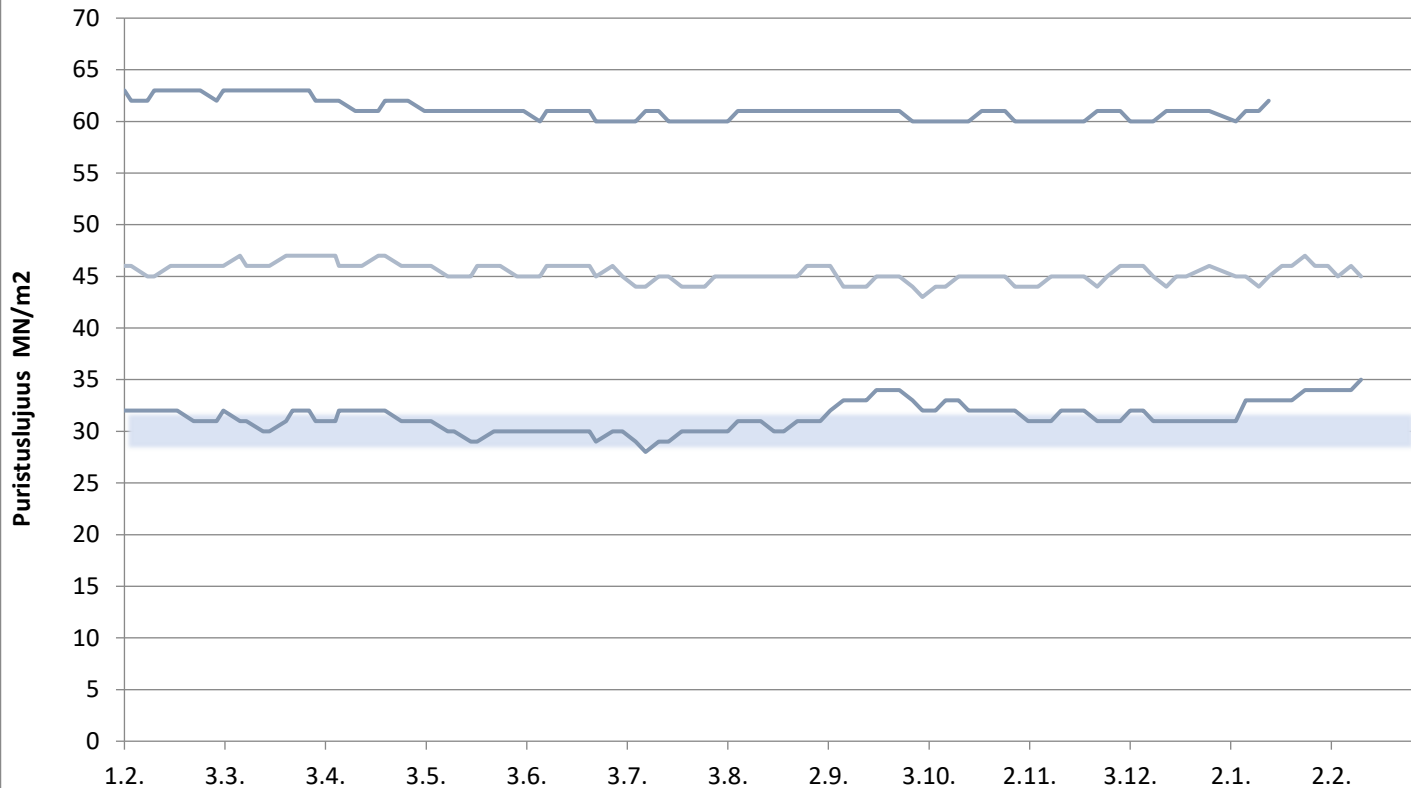


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

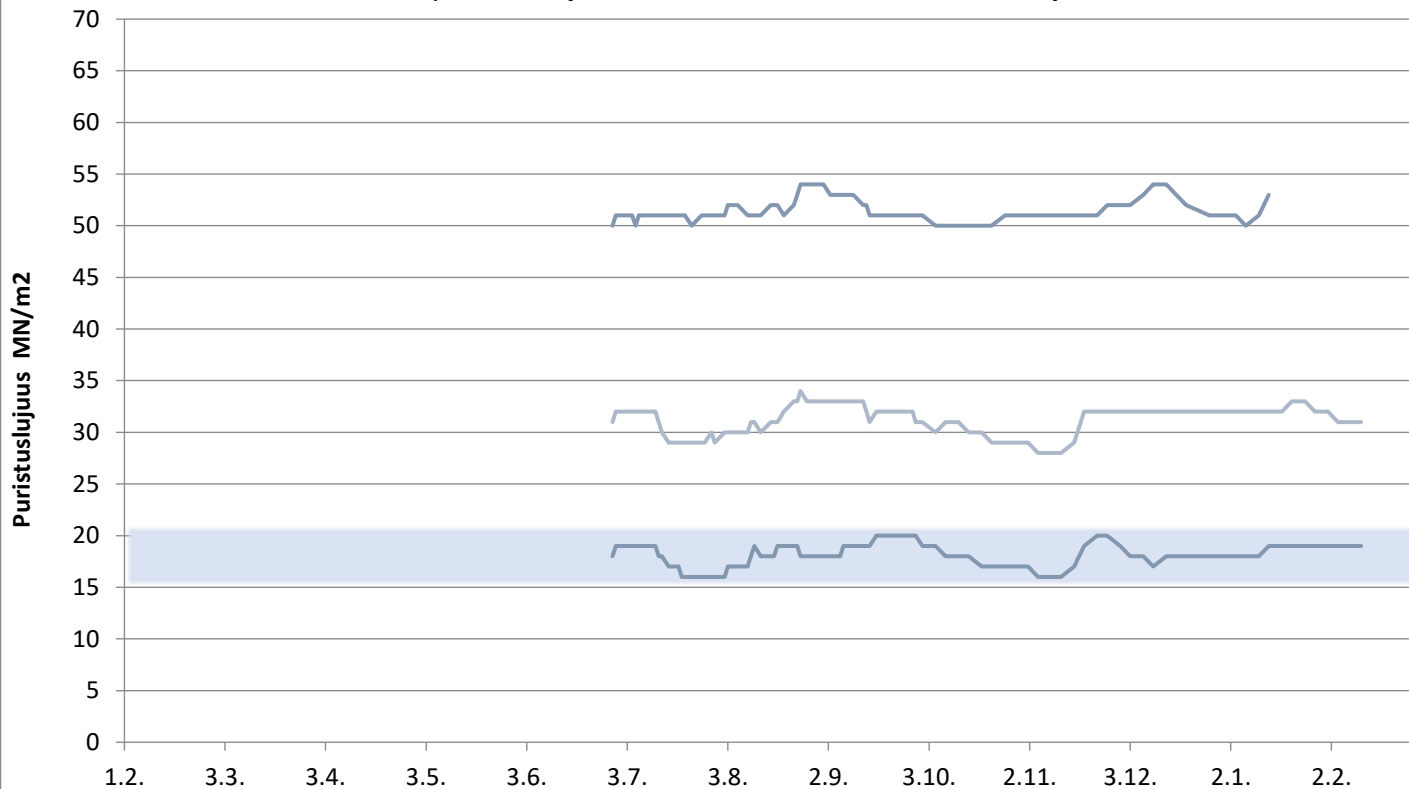


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

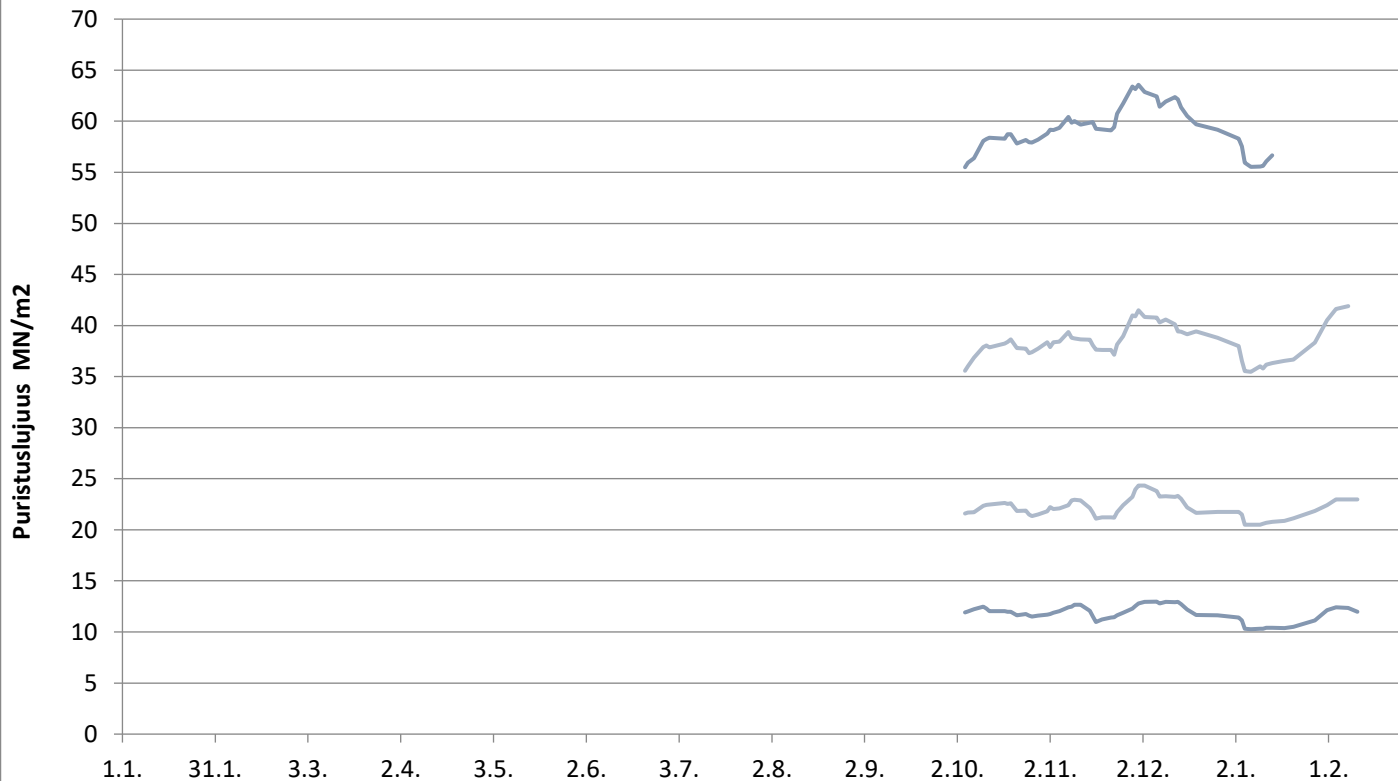


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

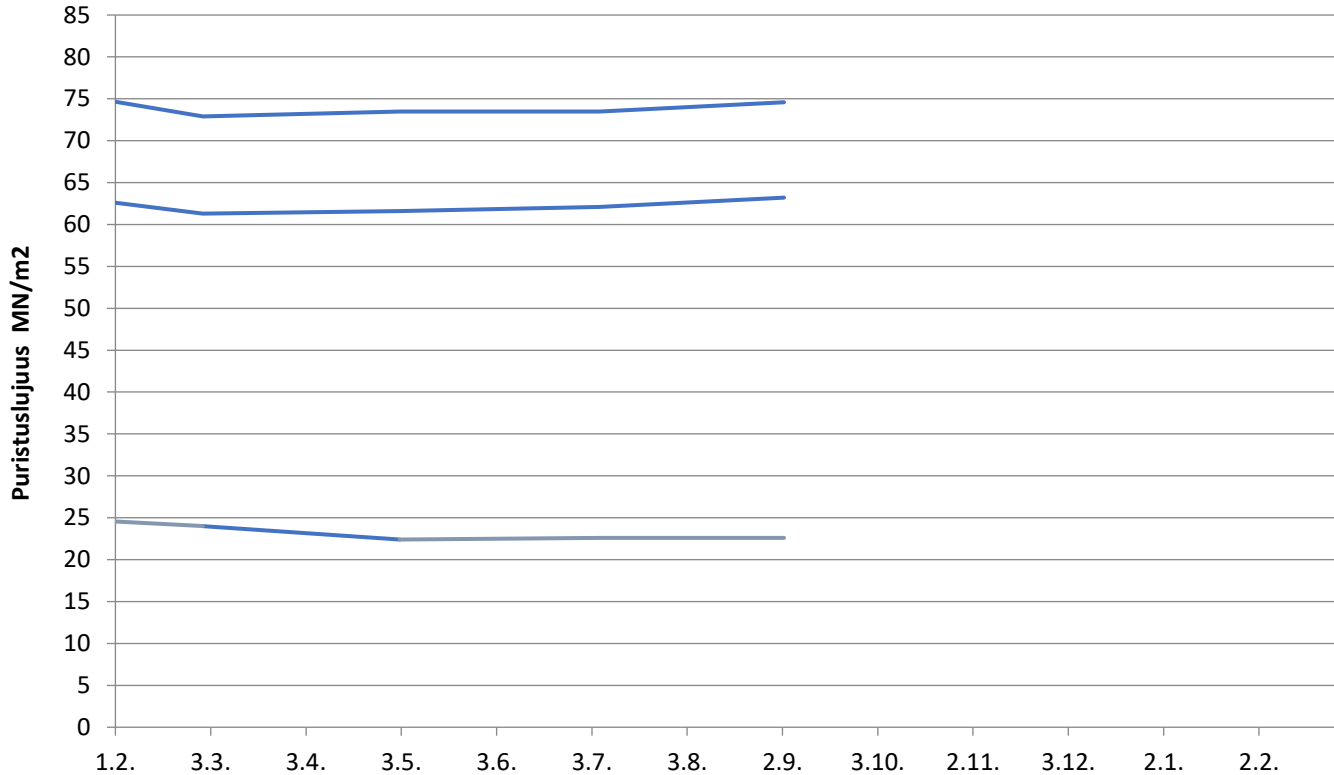

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

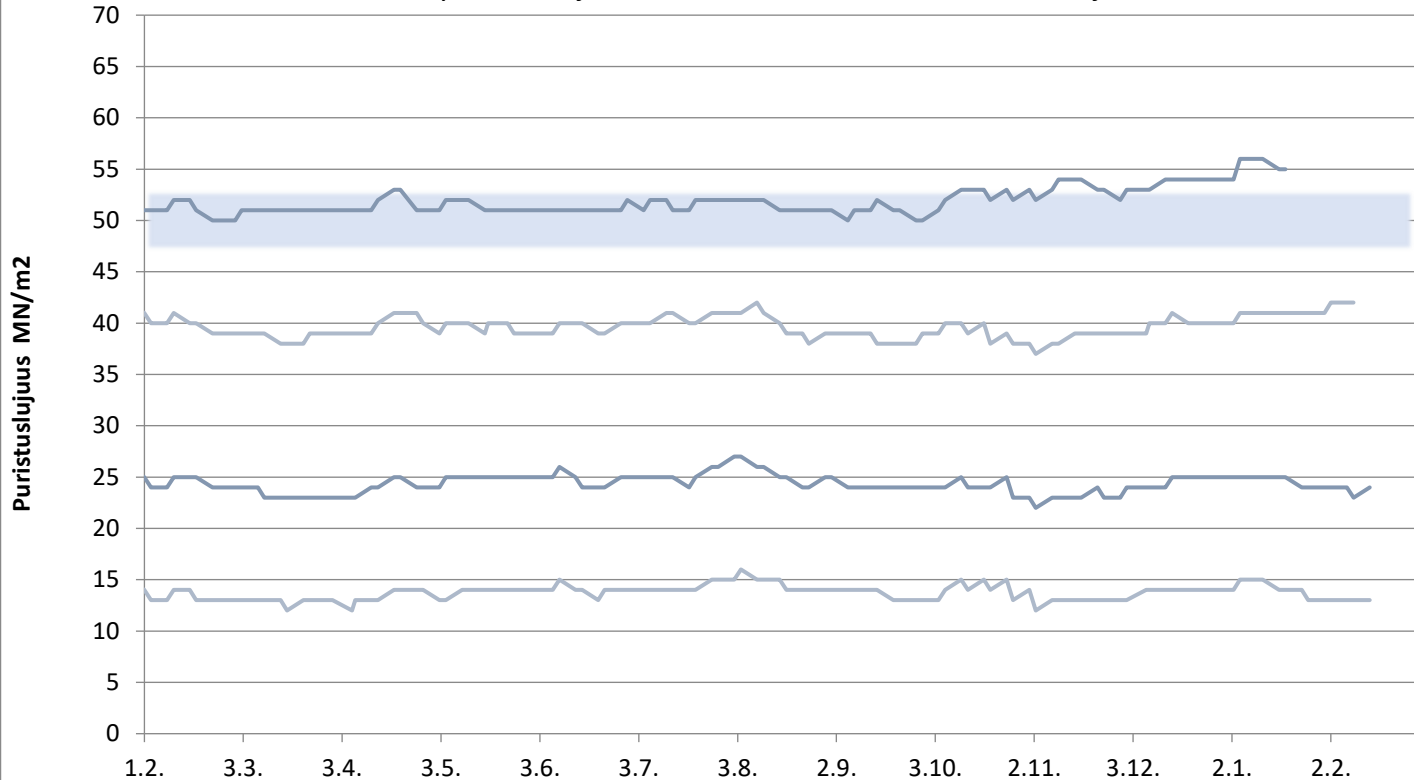

päivitetty 17.2.2022

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

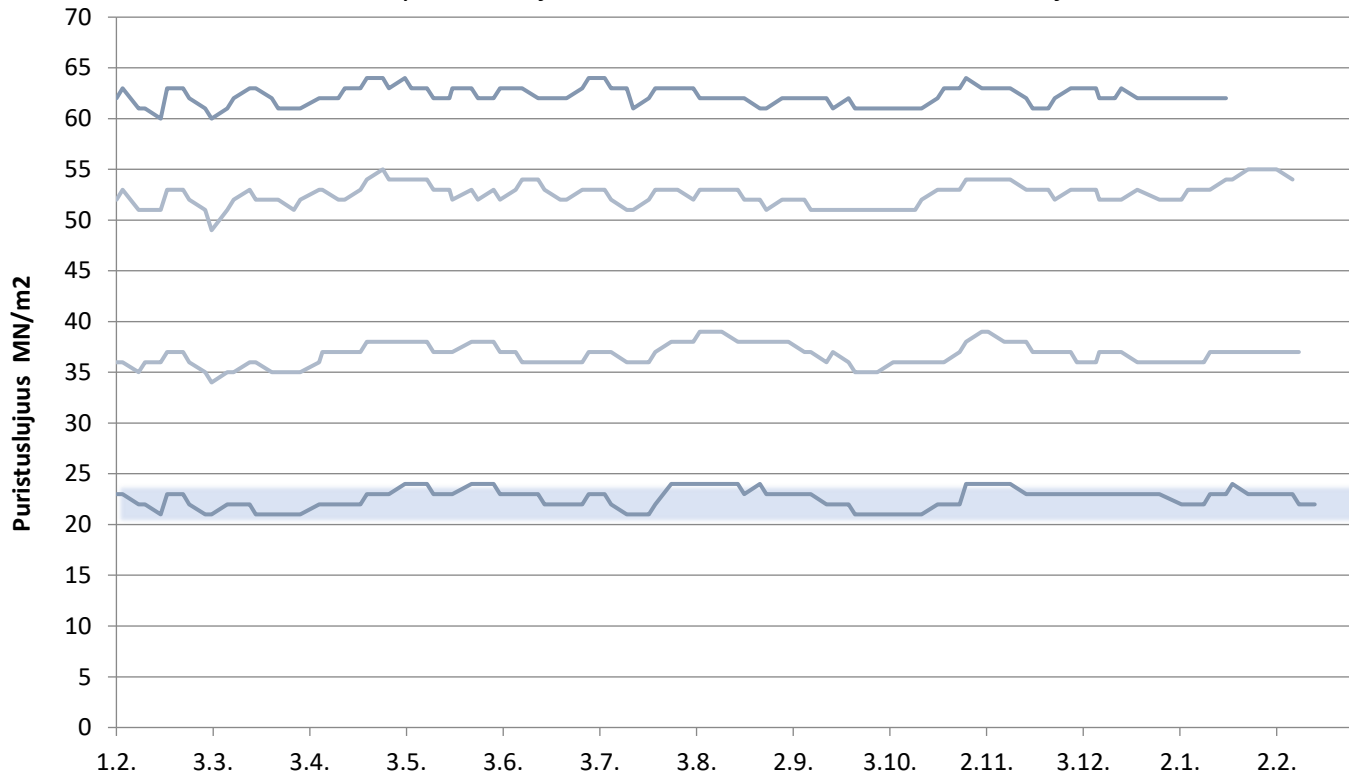


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 17.2.2022


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

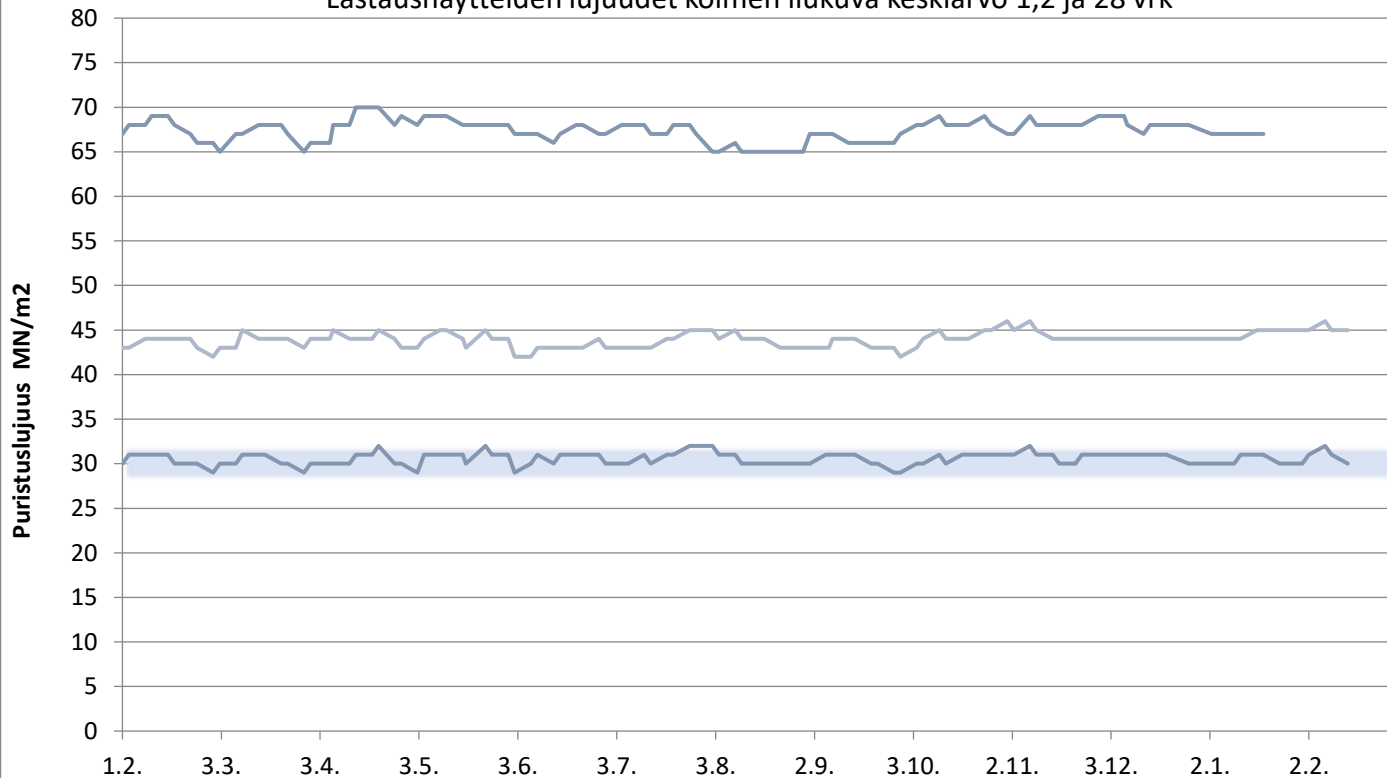


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

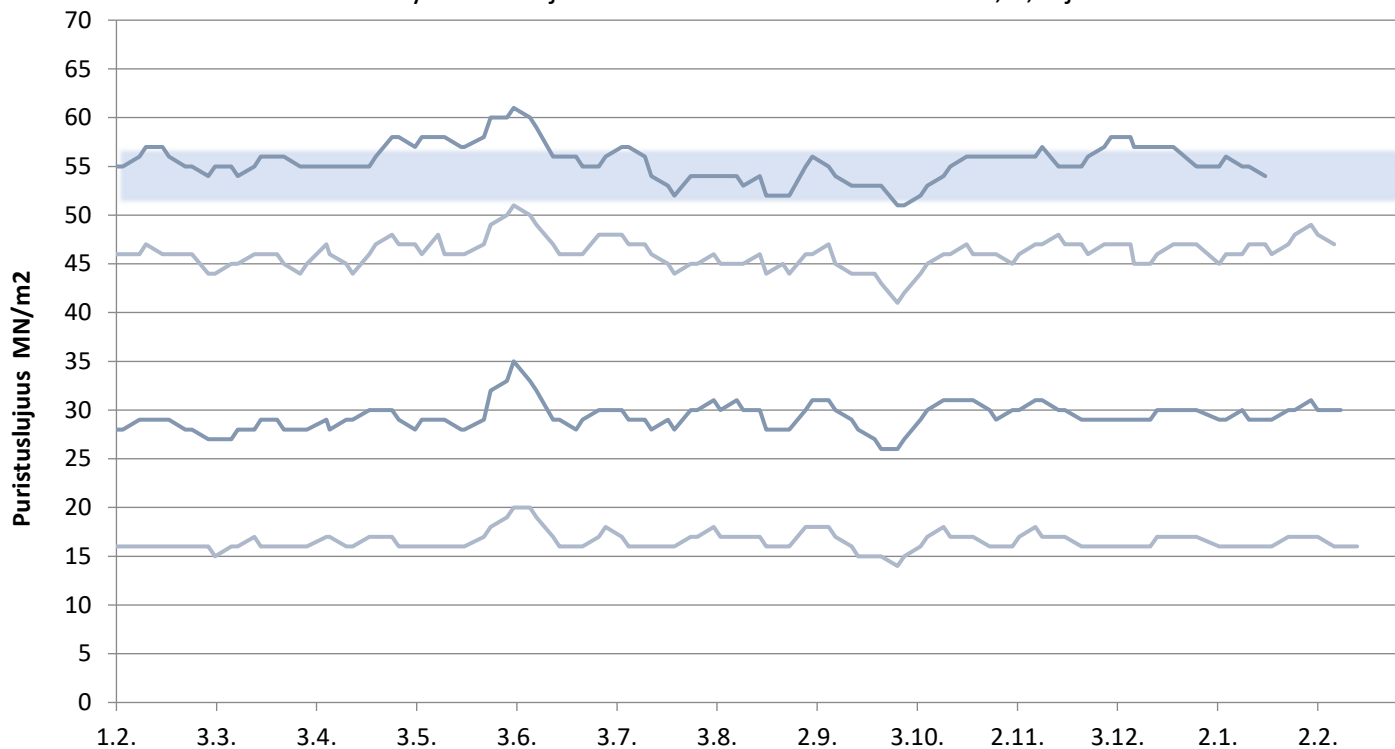


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

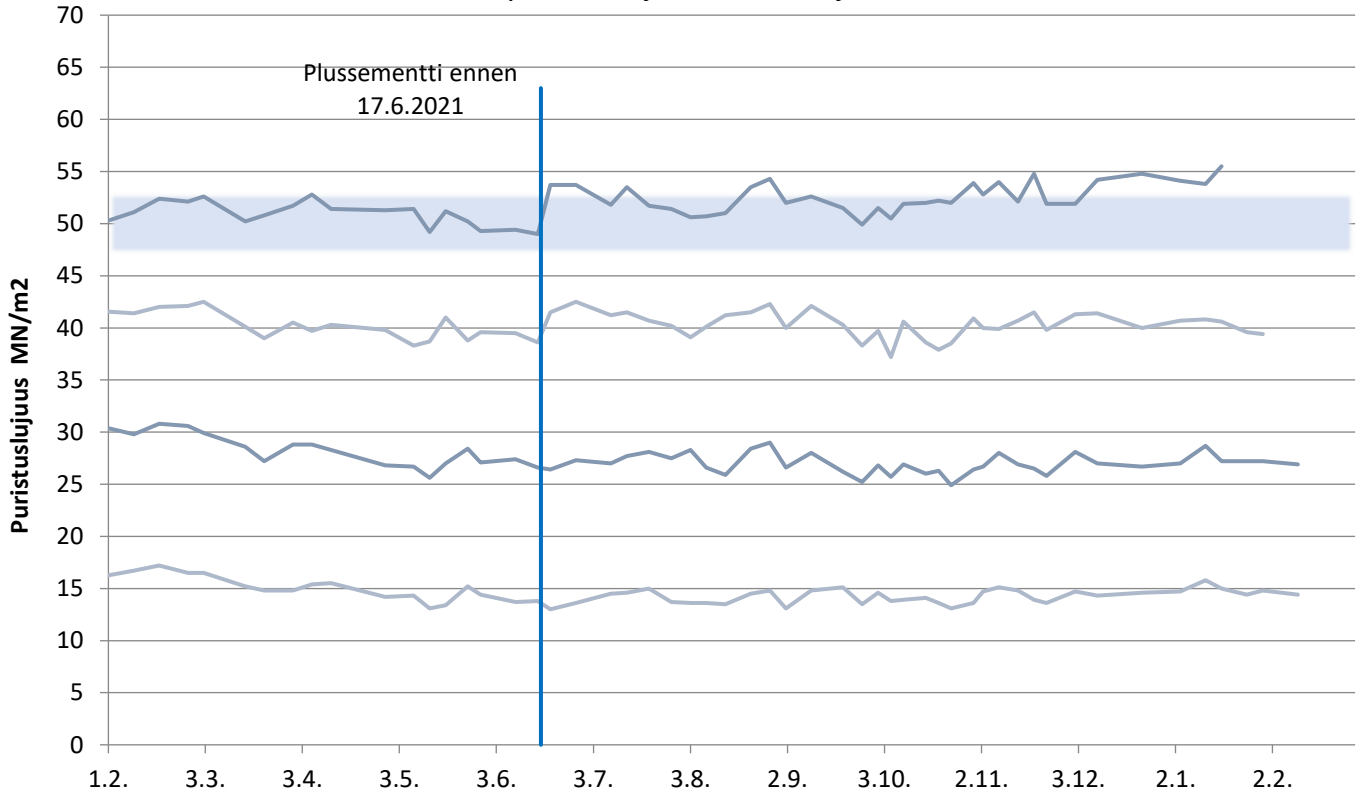


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

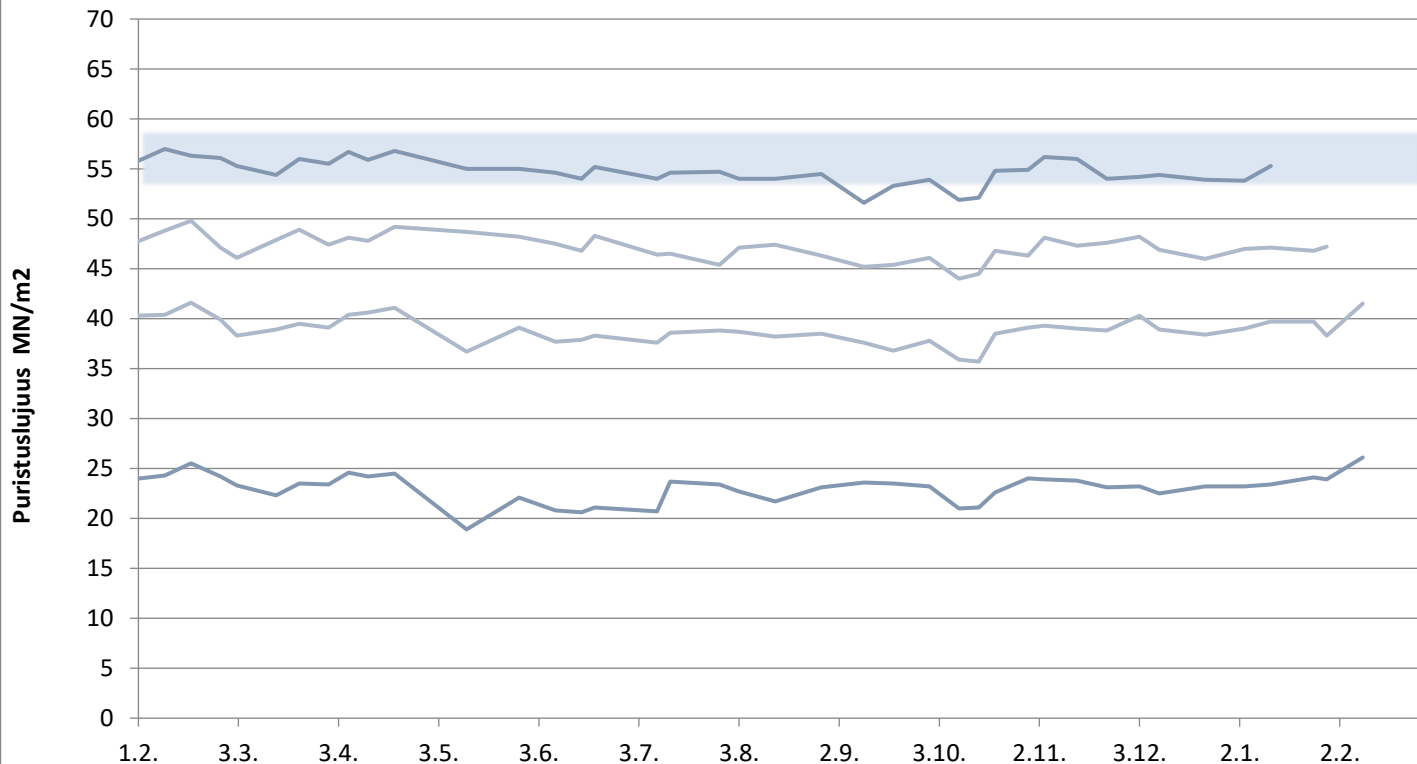


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

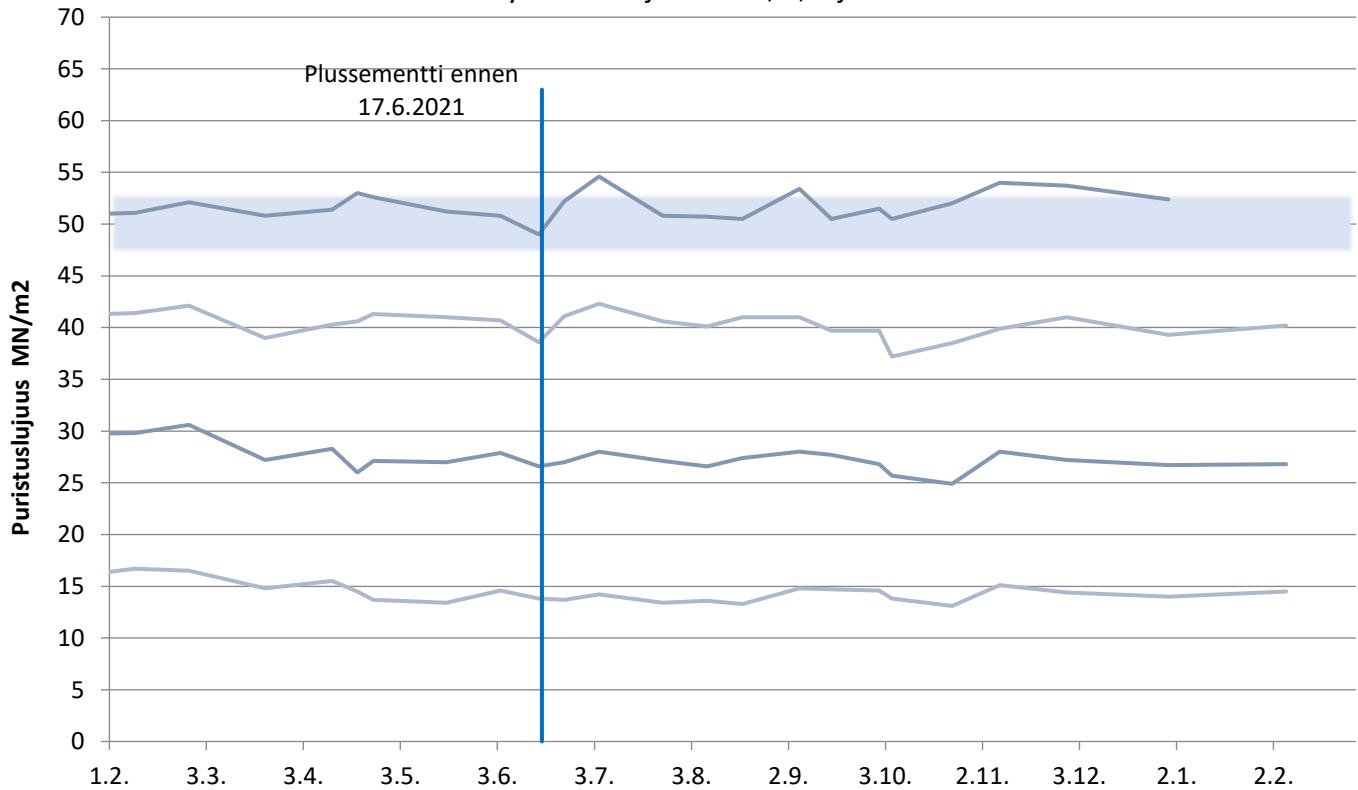


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

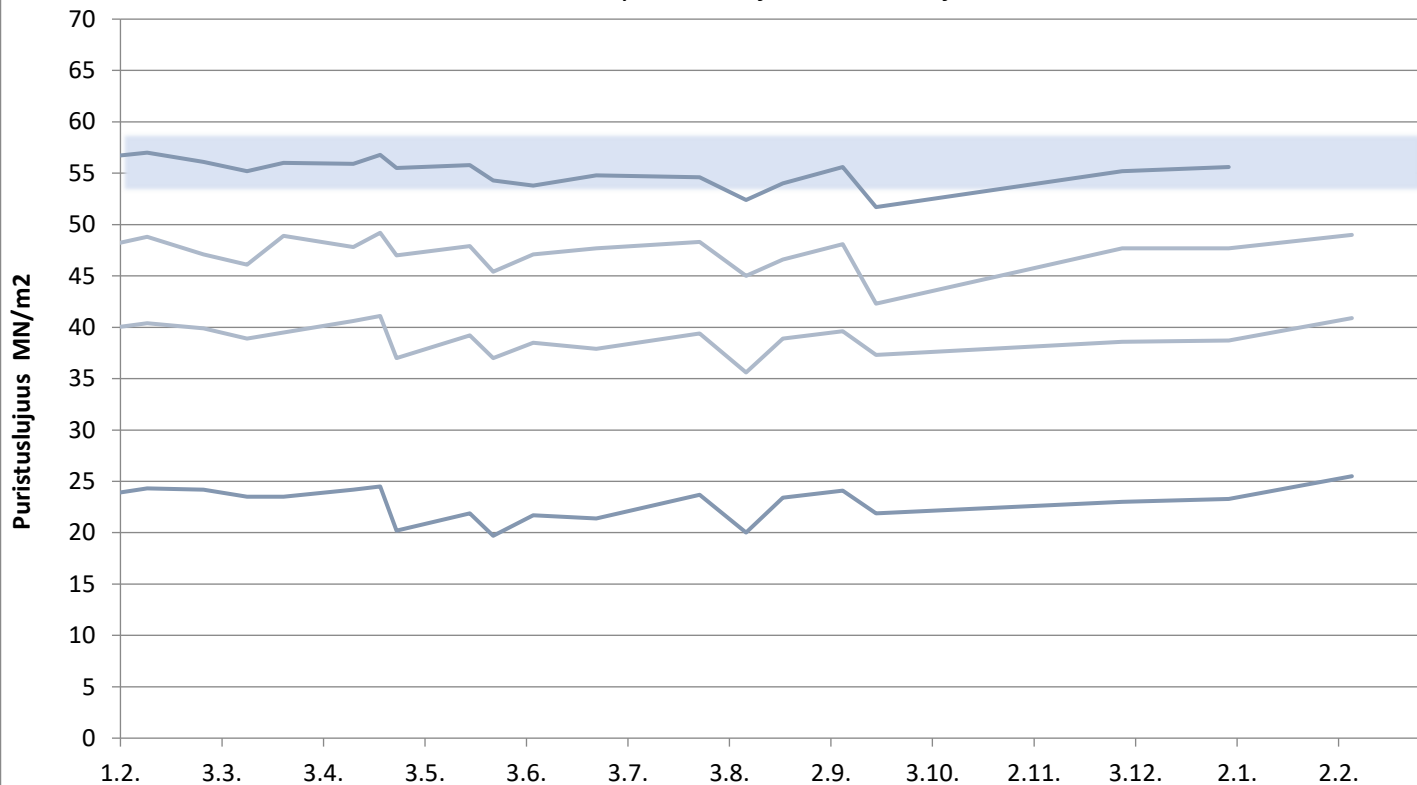


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

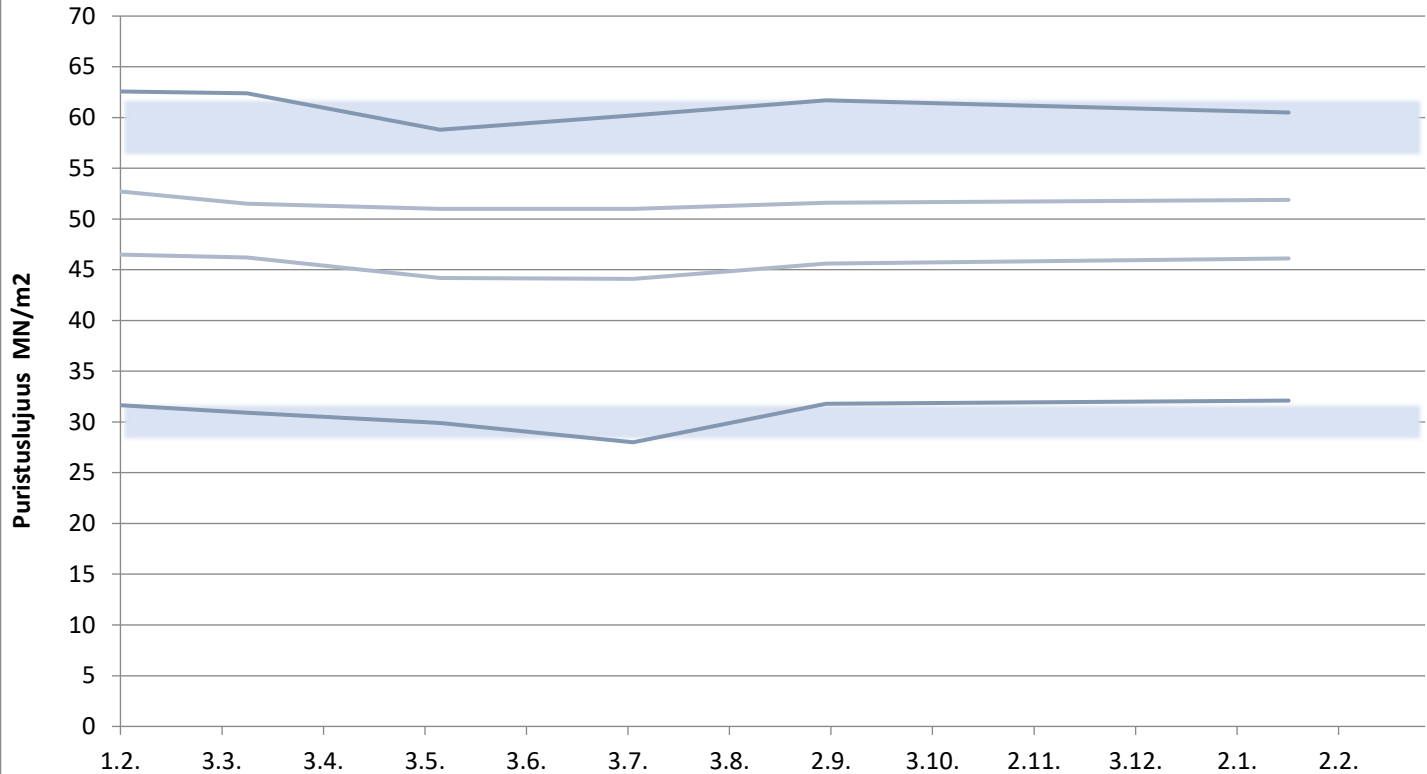

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

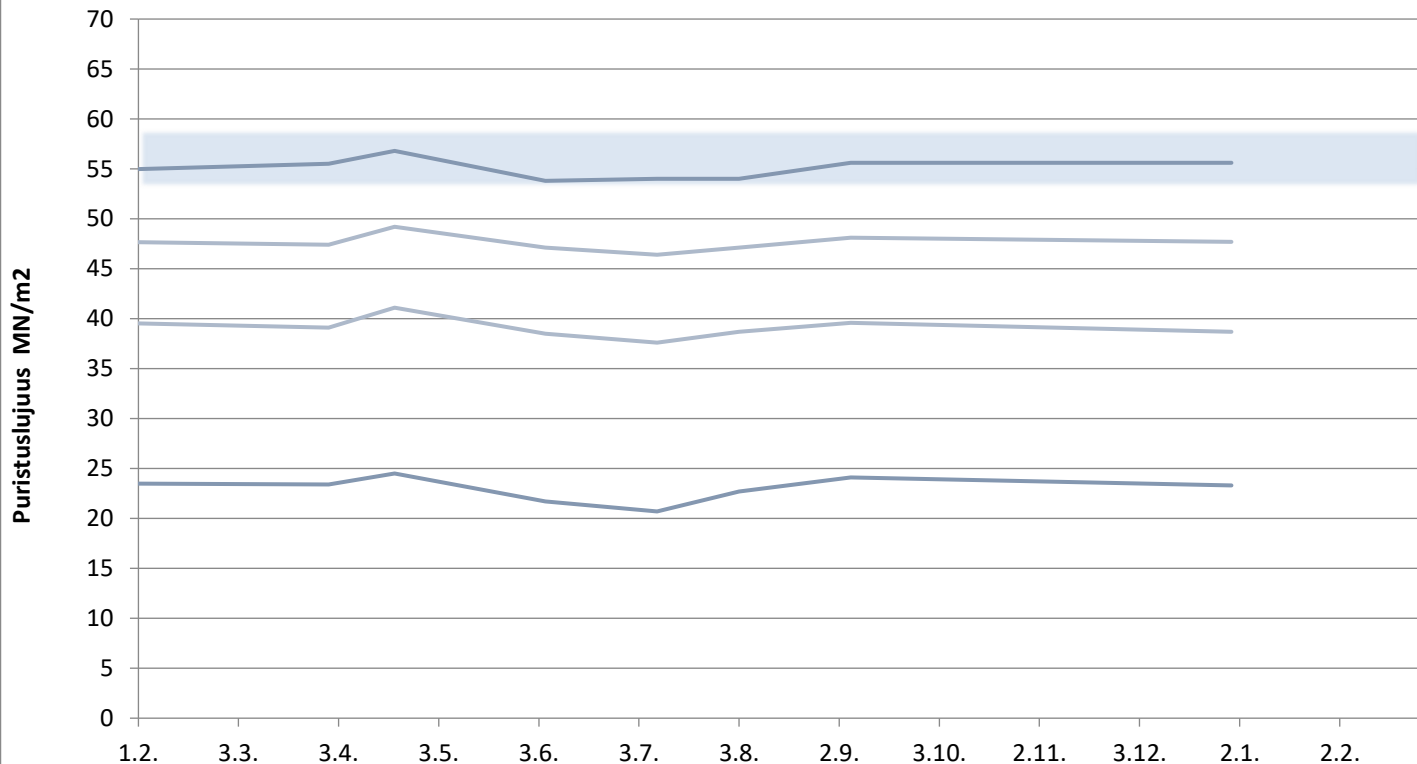

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

