

Laatuinformaatio vko 8

pvm:

24.2.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	11.02.	14	08.02.	41	14.01.	55				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	15.02.	14	11.02.	41	18.01.	55	450	35	11	19
	18.02.	15	15.02.	41	21.01.	54				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	11.02.	26	08.02.	48	14.01.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	15.02.	27	11.02.	48	18.01.	55	470	31	8	0
	18.02.	26	15.02.	48	21.01.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	11.02.	35	11.02.	46	14.01.	62				
CEM I 52.5 R	15.02.	35	15.02.	46	18.01.	61	560	33	4	0
	18.02.	34	18.02.	46	21.01.	61				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Ykkössementti	11.02.	19	11.02.	31	14.01.	53				
CEM I 42.5 R	15.02.	19	15.02.	31	18.01.	53	410	29	4	0
	18.02.	19	18.02.	31	21.01.	53				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti	11.02.	12	08.02.	42	14.01.	57				
CEM III/A 52,5 L	15.02.	12	11.02.	42	18.01.	57	510	42	2	40
	18.02.	12	15.02.	41	21.01.	57				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	03.09.	23	03.09.	63	03.09.	75	420	86	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	14.02.	13	09.02.	42	19.01.	55				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	16.02.	13	14.02.	42	24.01.	54	450	34	13	0
	21.02.	13	16.02.	41	26.01.	55				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	14.02.	22	07.02.	54	17.01.	62				
CEM II/A-LL 52.5 N	16.02.	22	09.02.	53	19.01.	62	480	29	9	0
	21.02.	23	14.02.	53	24.01.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	14.02.	30	14.02.	45	19.01.	67				
CEM I 52.5 R	16.02.	30	16.02.	45	24.01.	67	550	31	2	0
	21.02.	30	21.02.	45	26.01.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	09.02.	30	07.02.	47	17.01.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	14.02.	30	09.02.	46	19.01.	55	370	22	4	0
	16.02.	30	14.02.	47	24.01.	56				

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
03.02.	59 %	13.01.	85 %
07.02.	60 %	18.01.	87 %
10.02.	61 %	20.01.	88 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

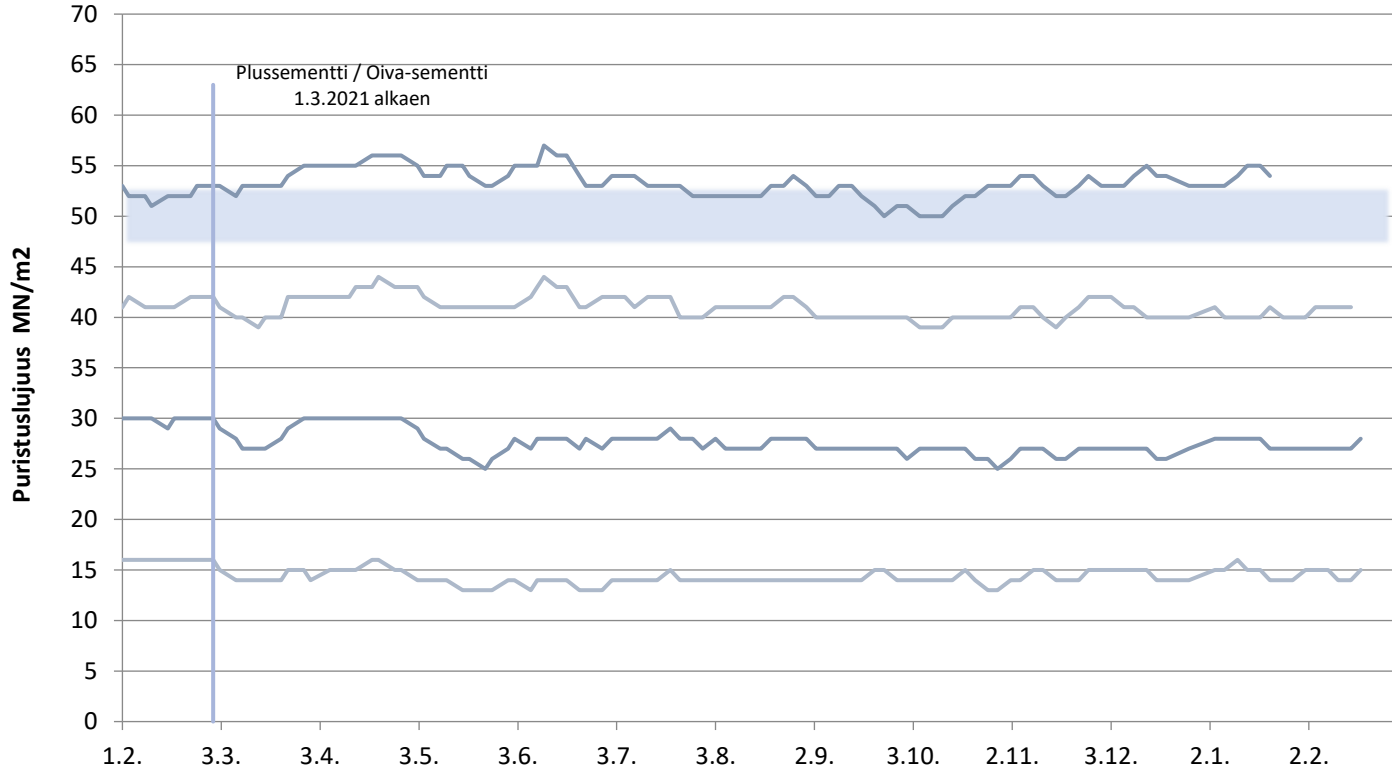


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

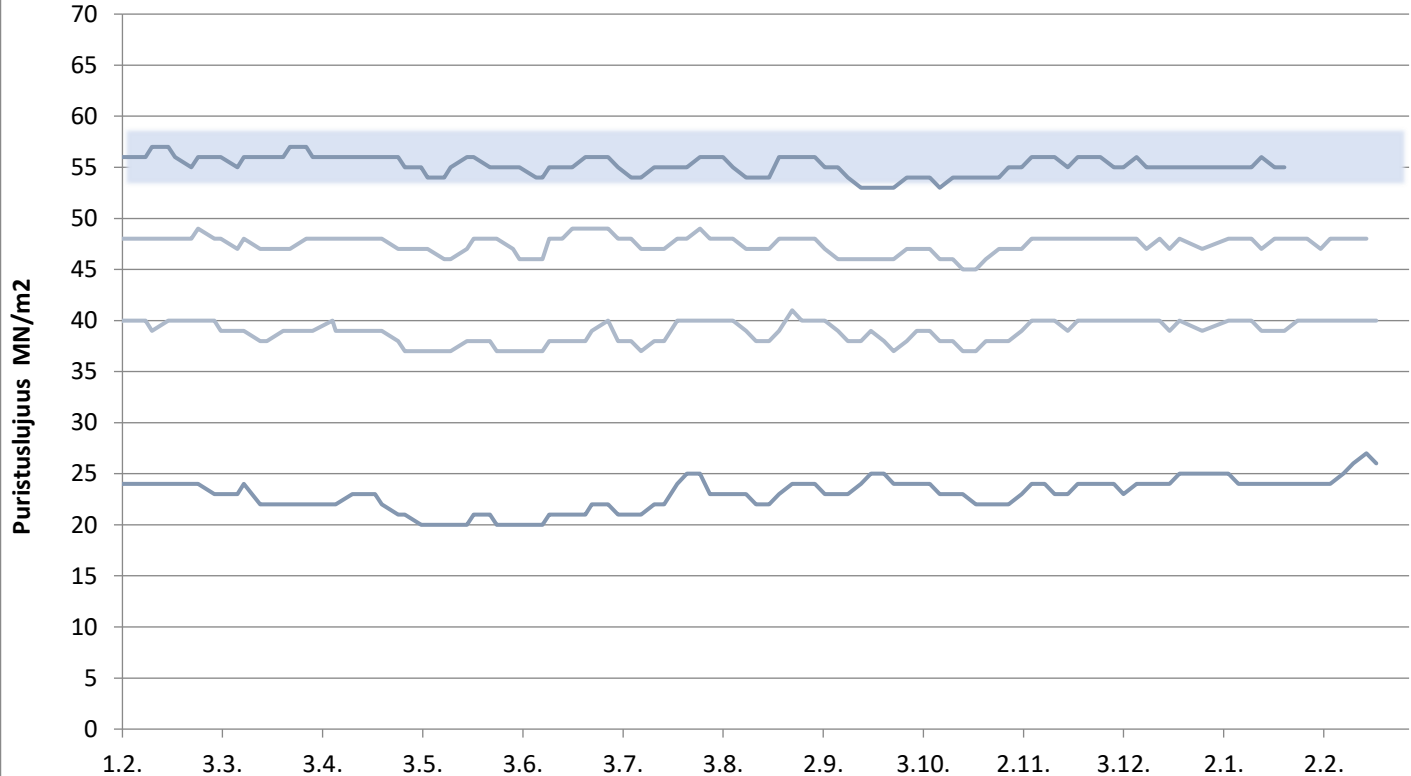


Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

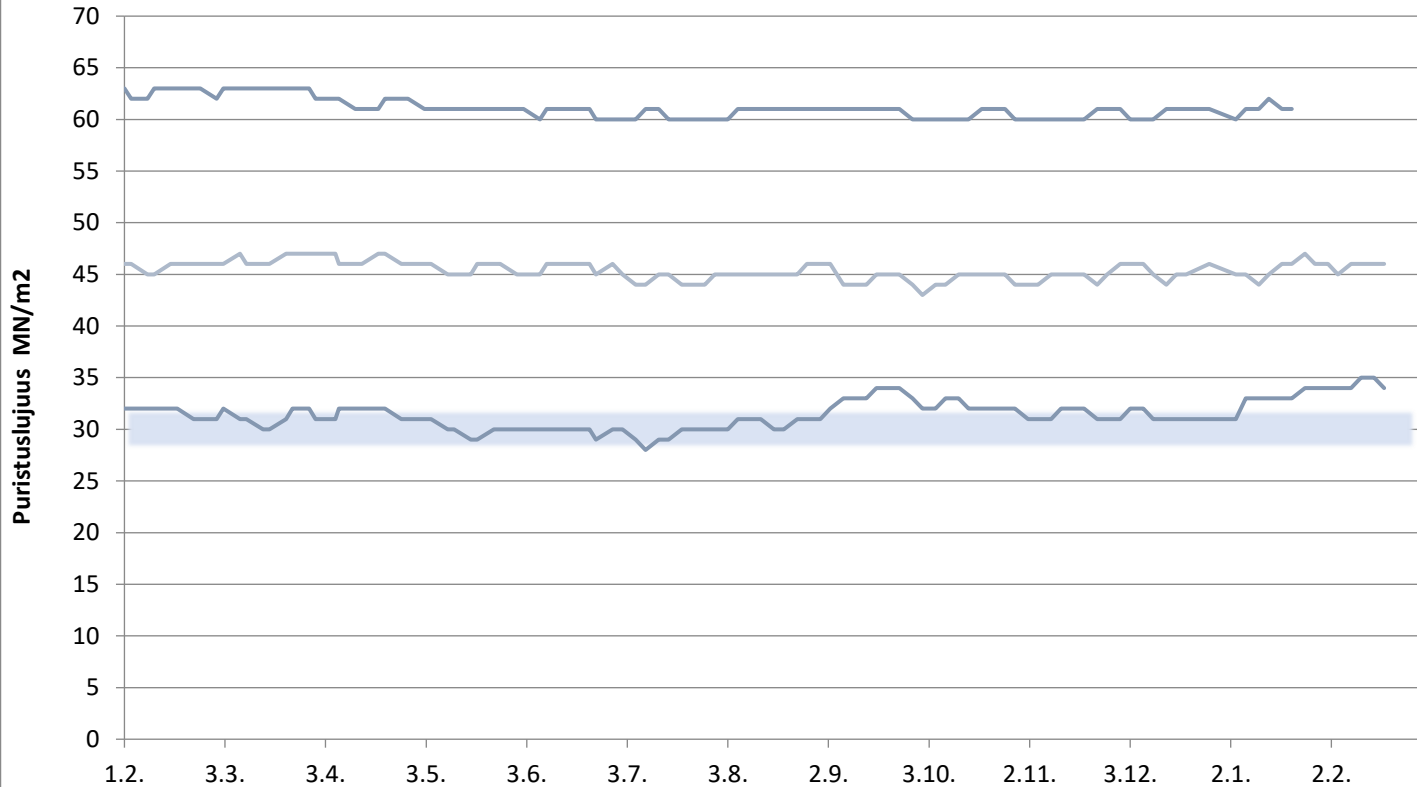


Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

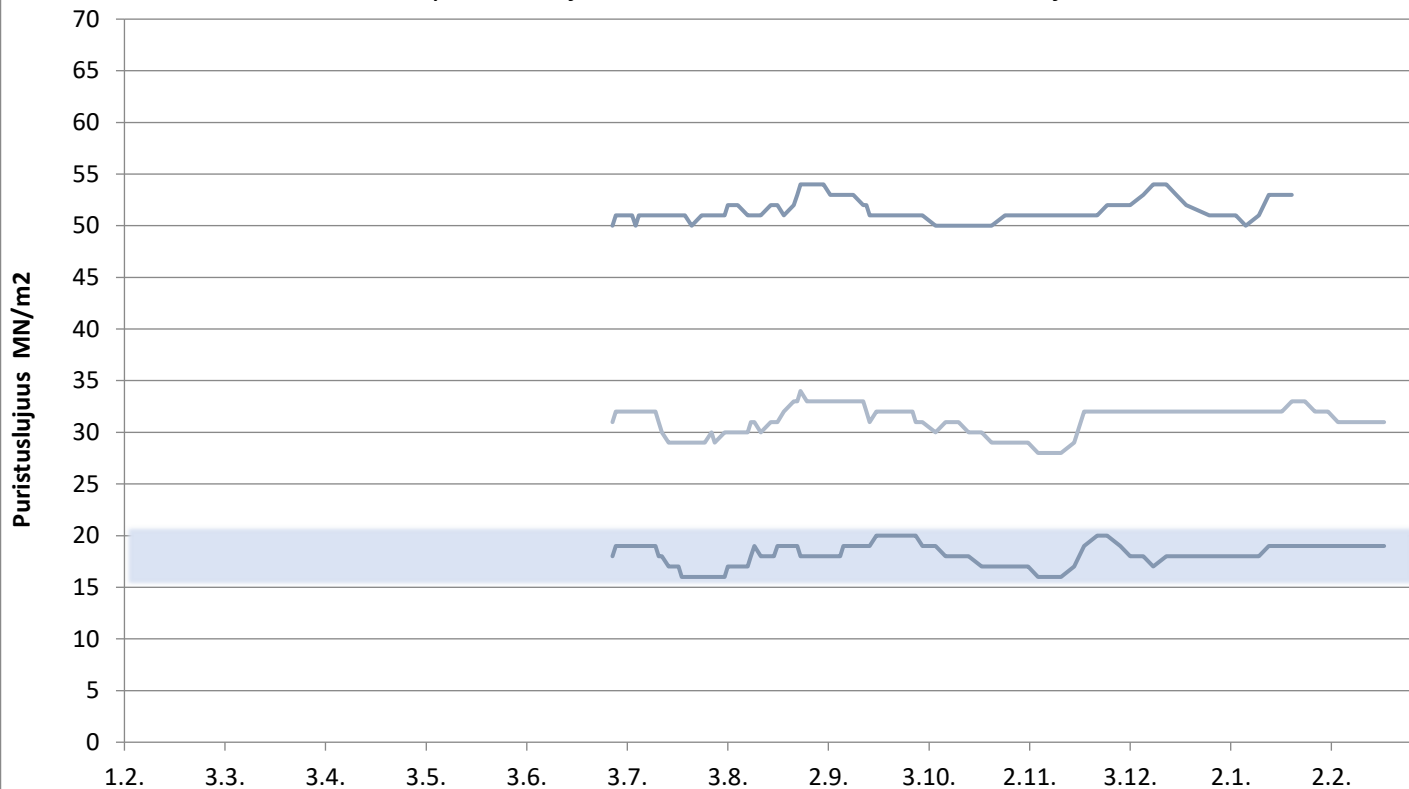


Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

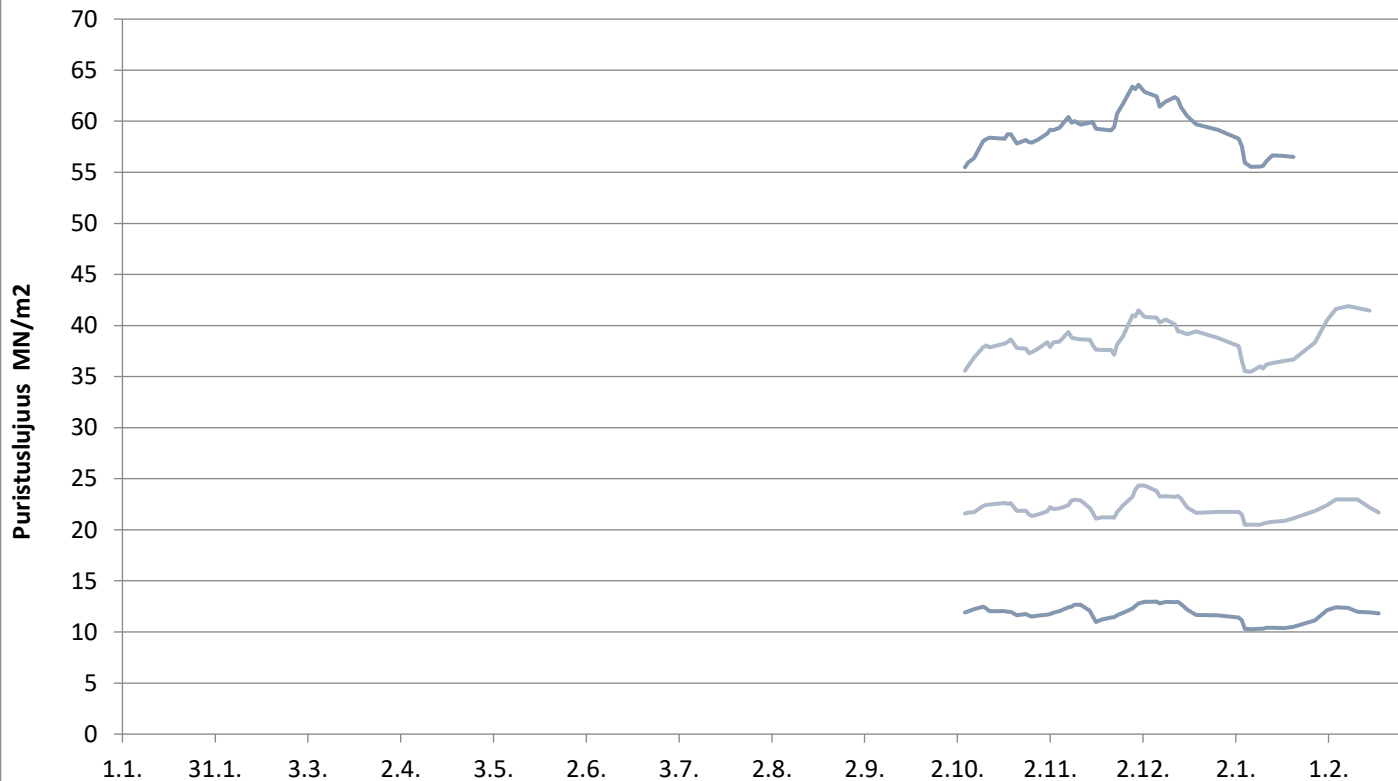


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

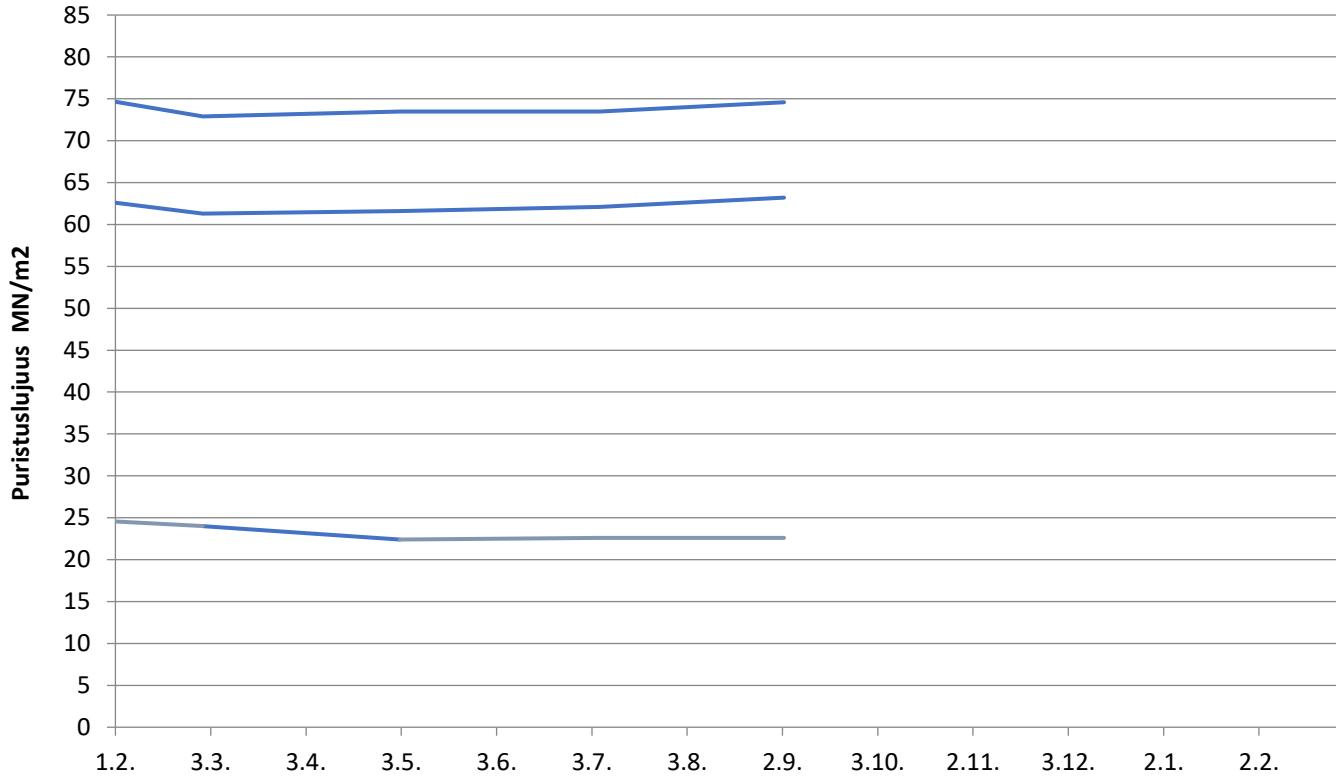

Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

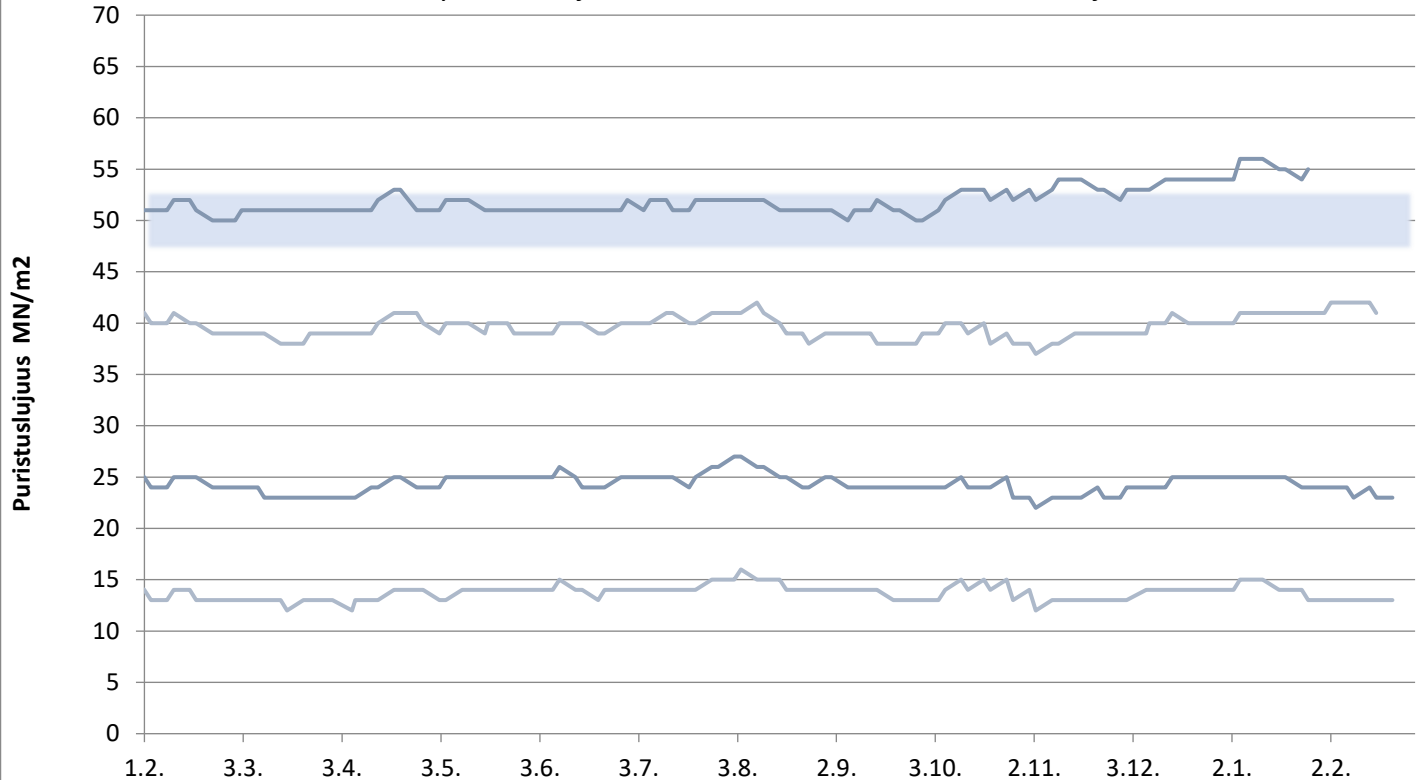

päivitetty 24.2.2022

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

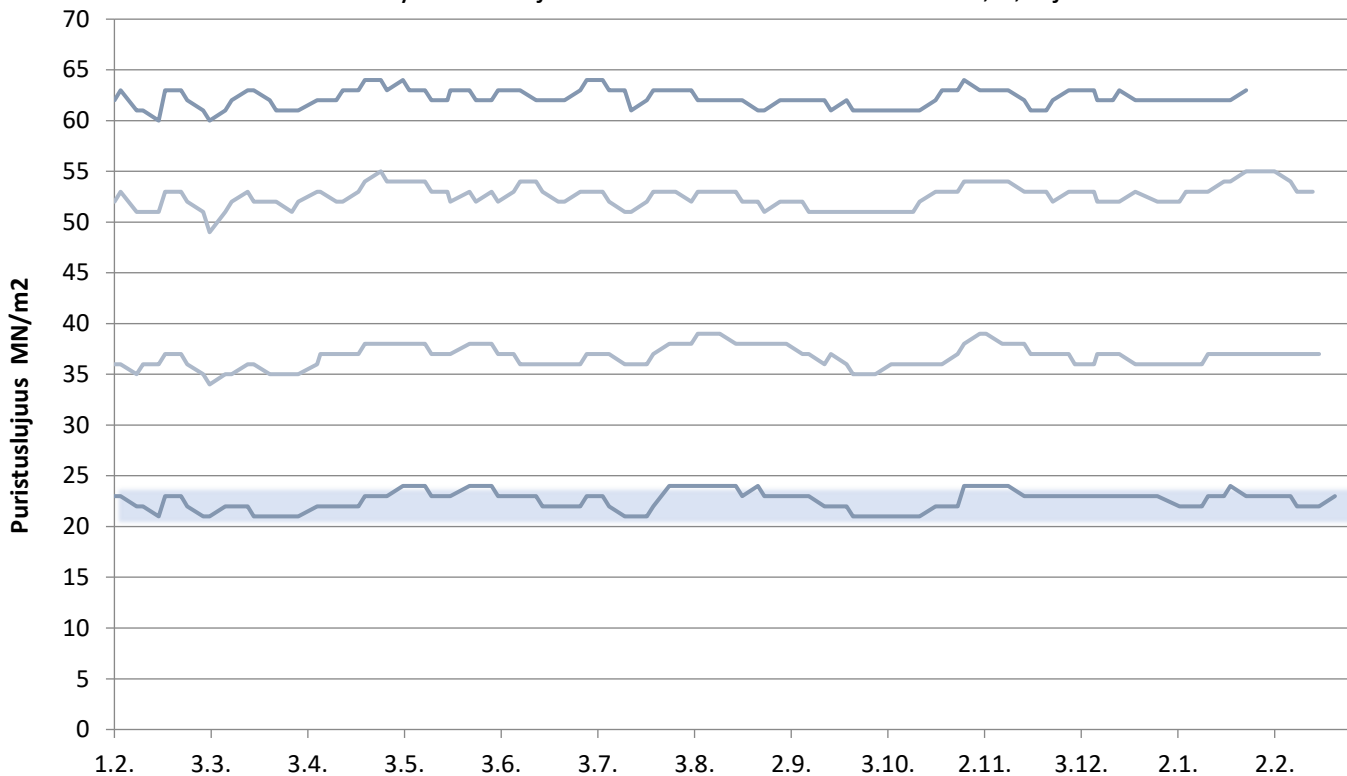


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 24.2.2022


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

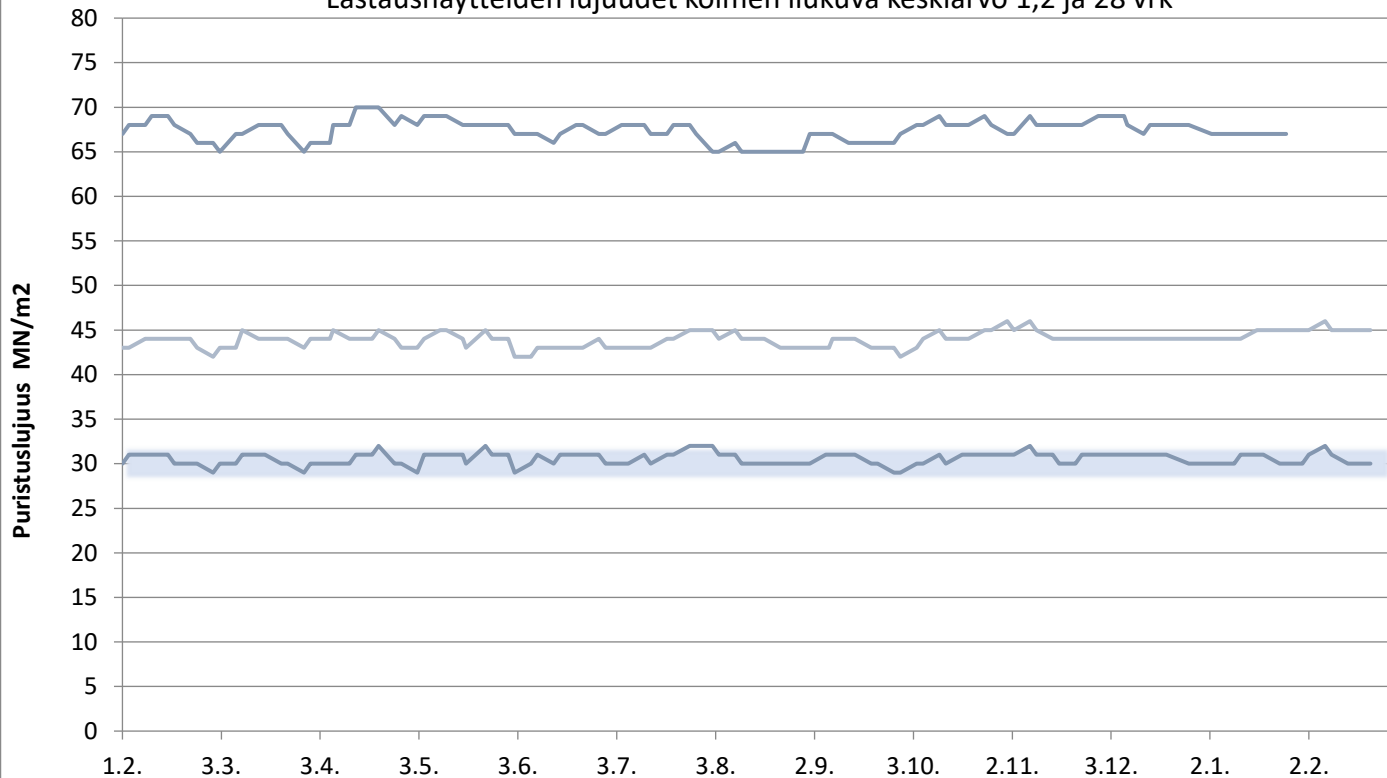


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

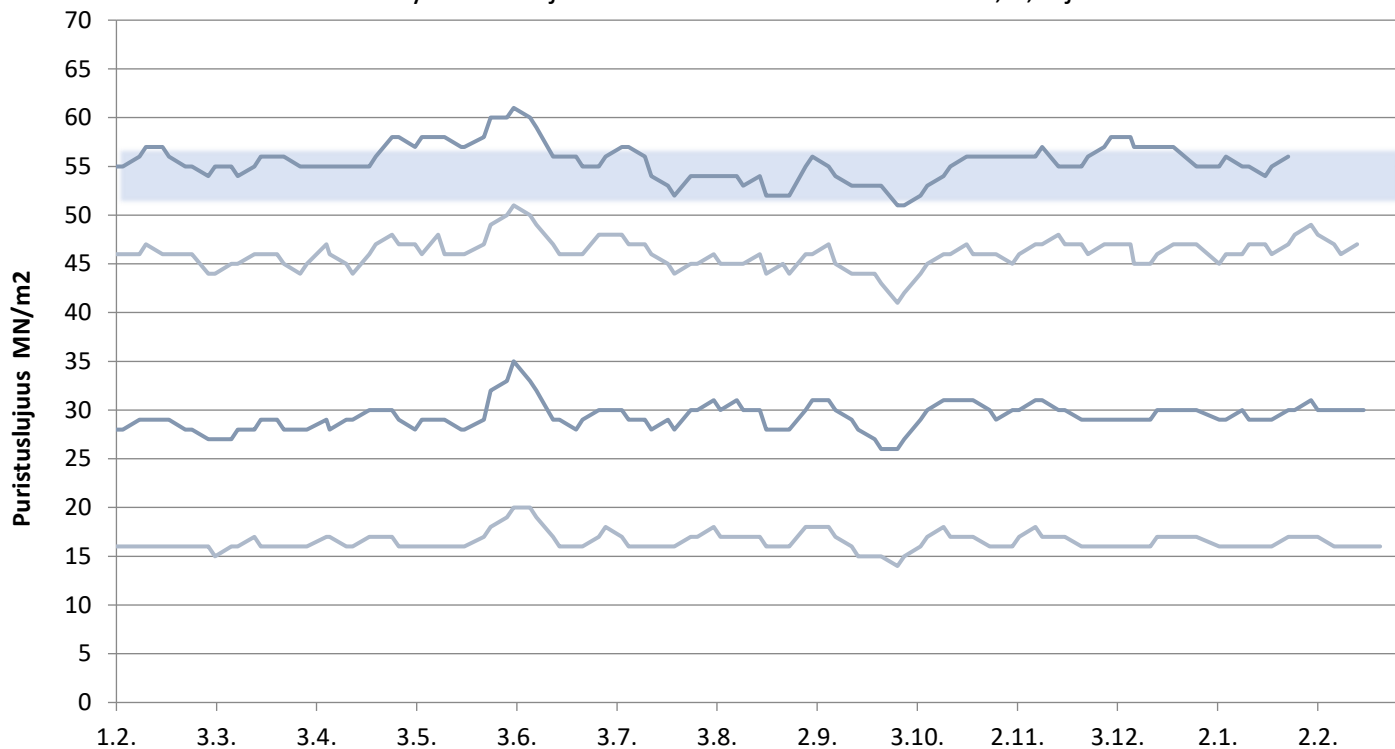


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

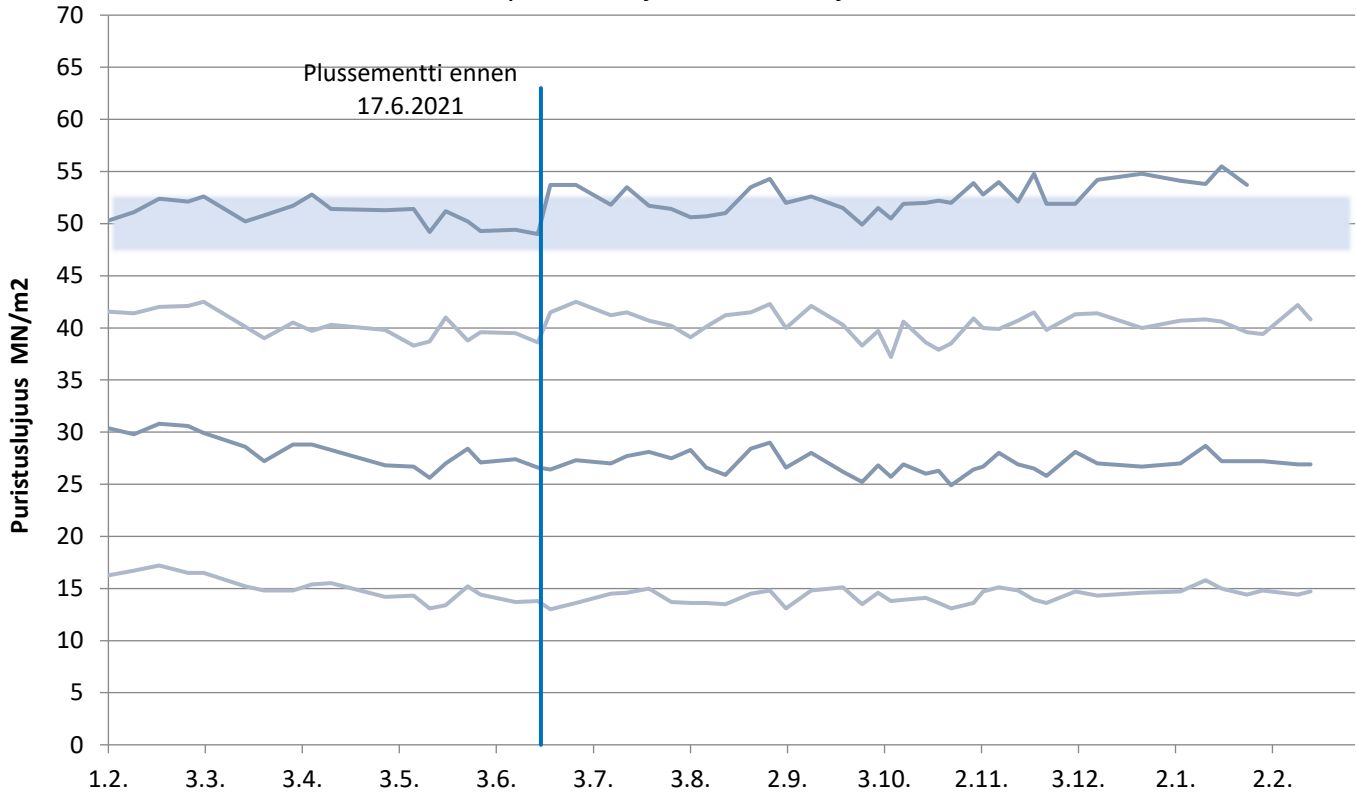


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

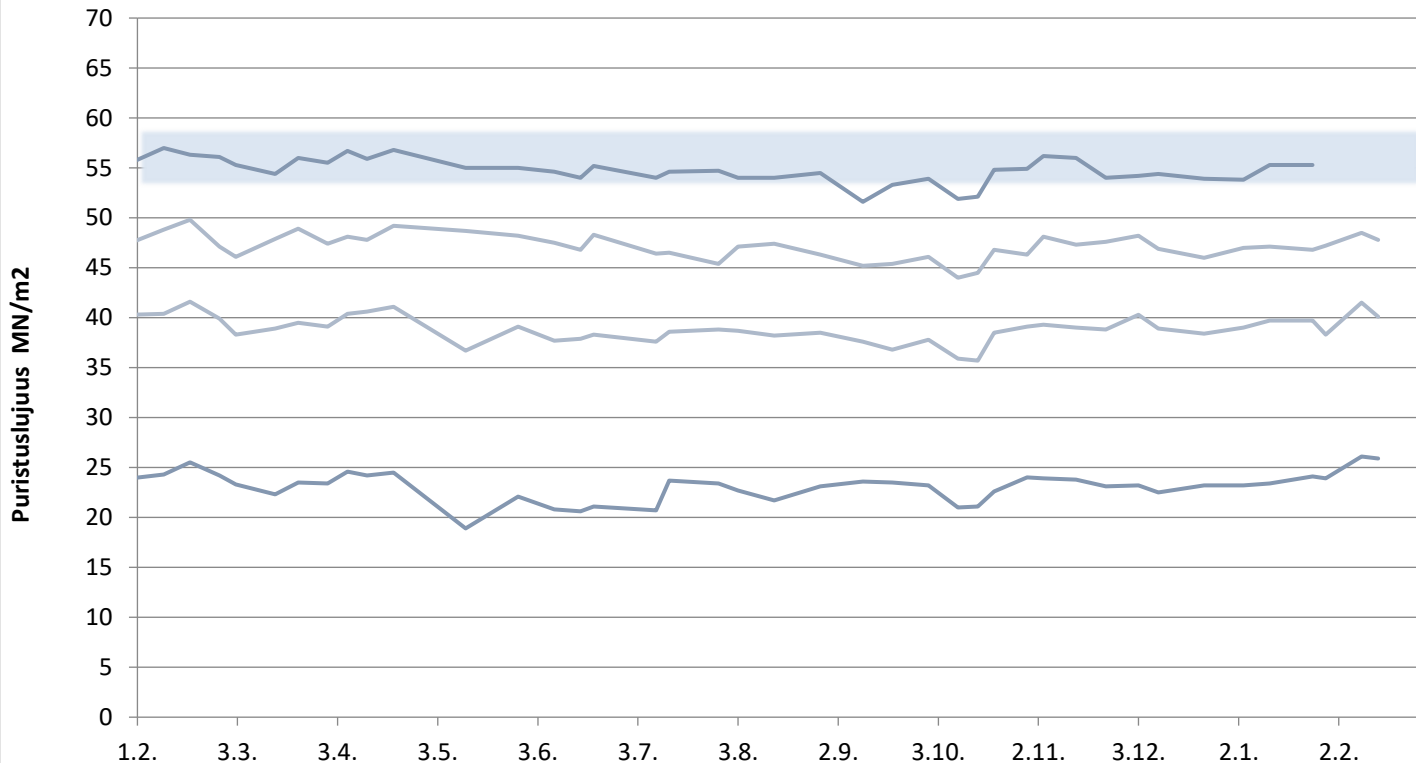


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

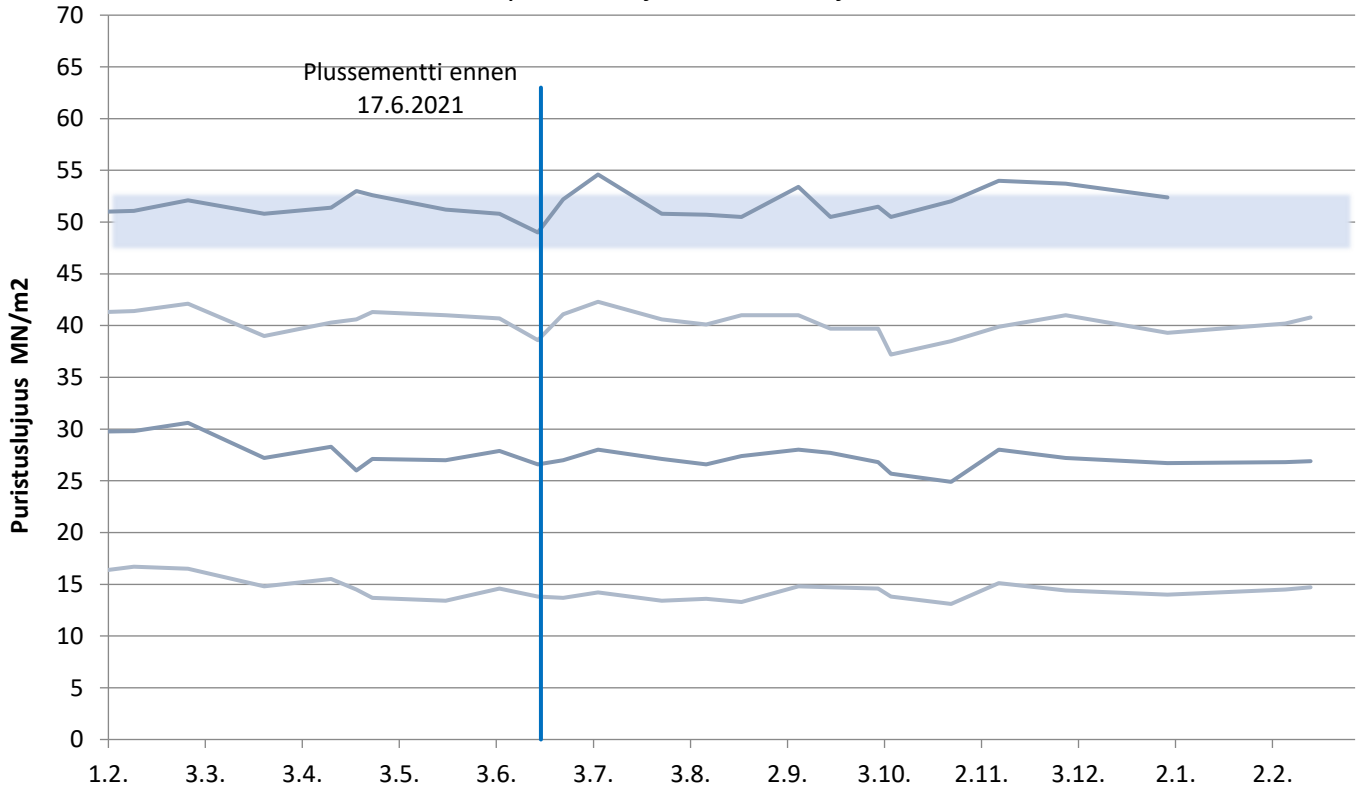


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

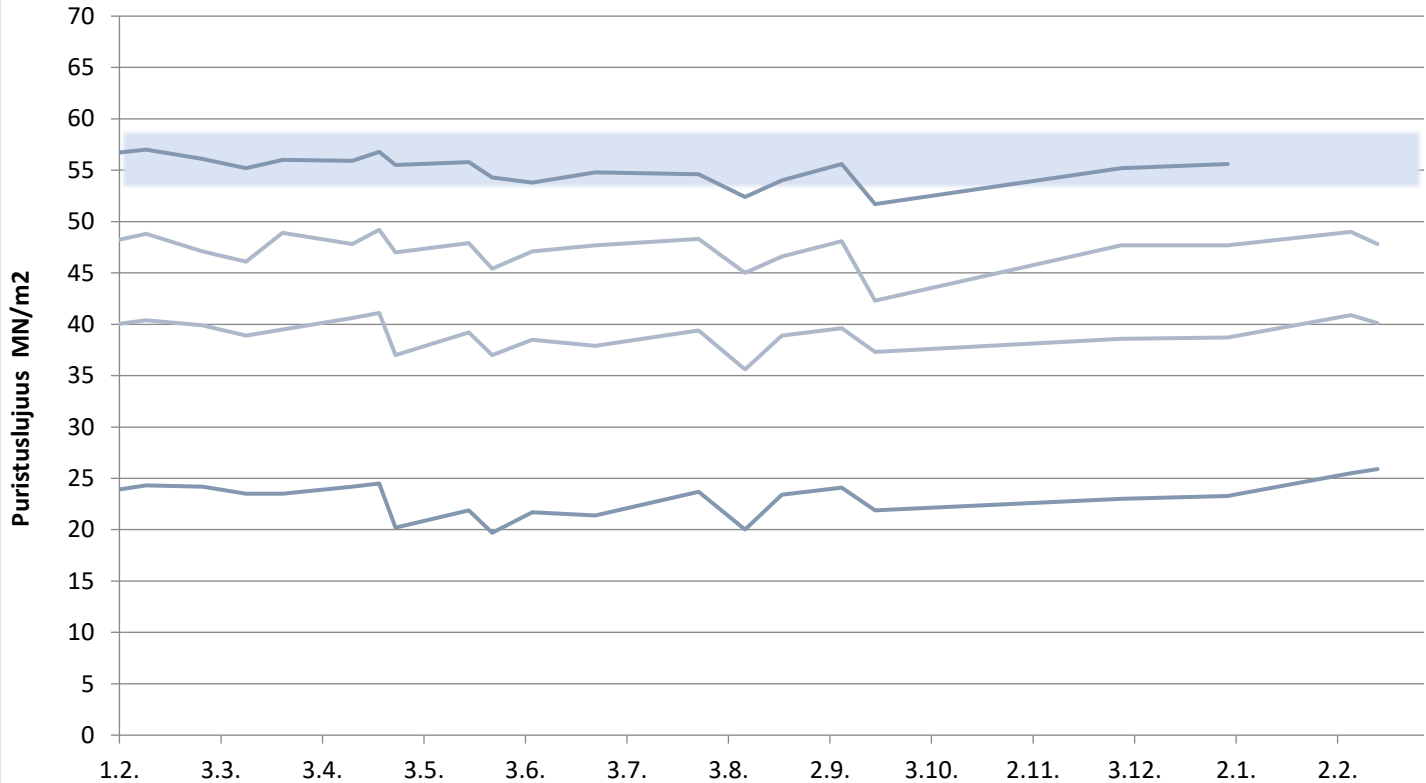


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

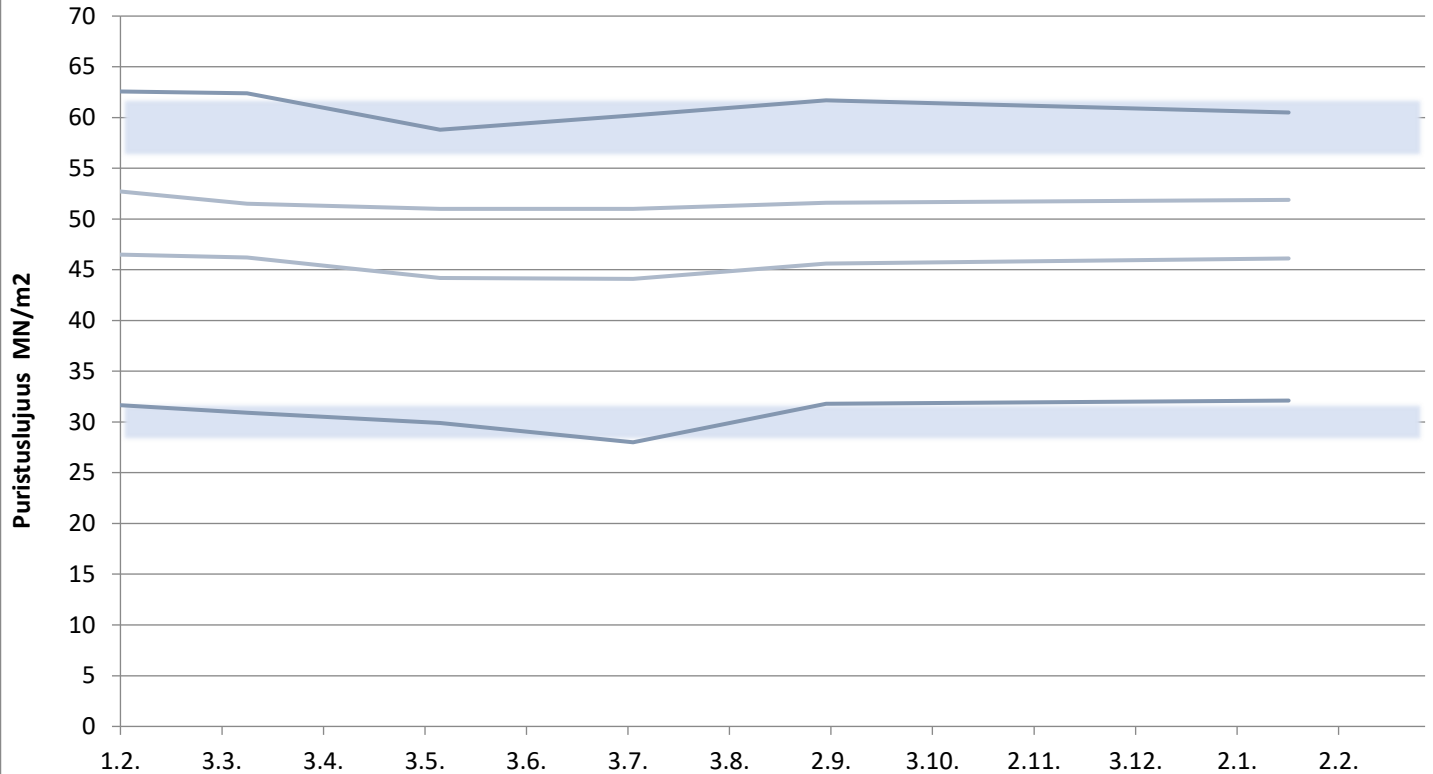

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

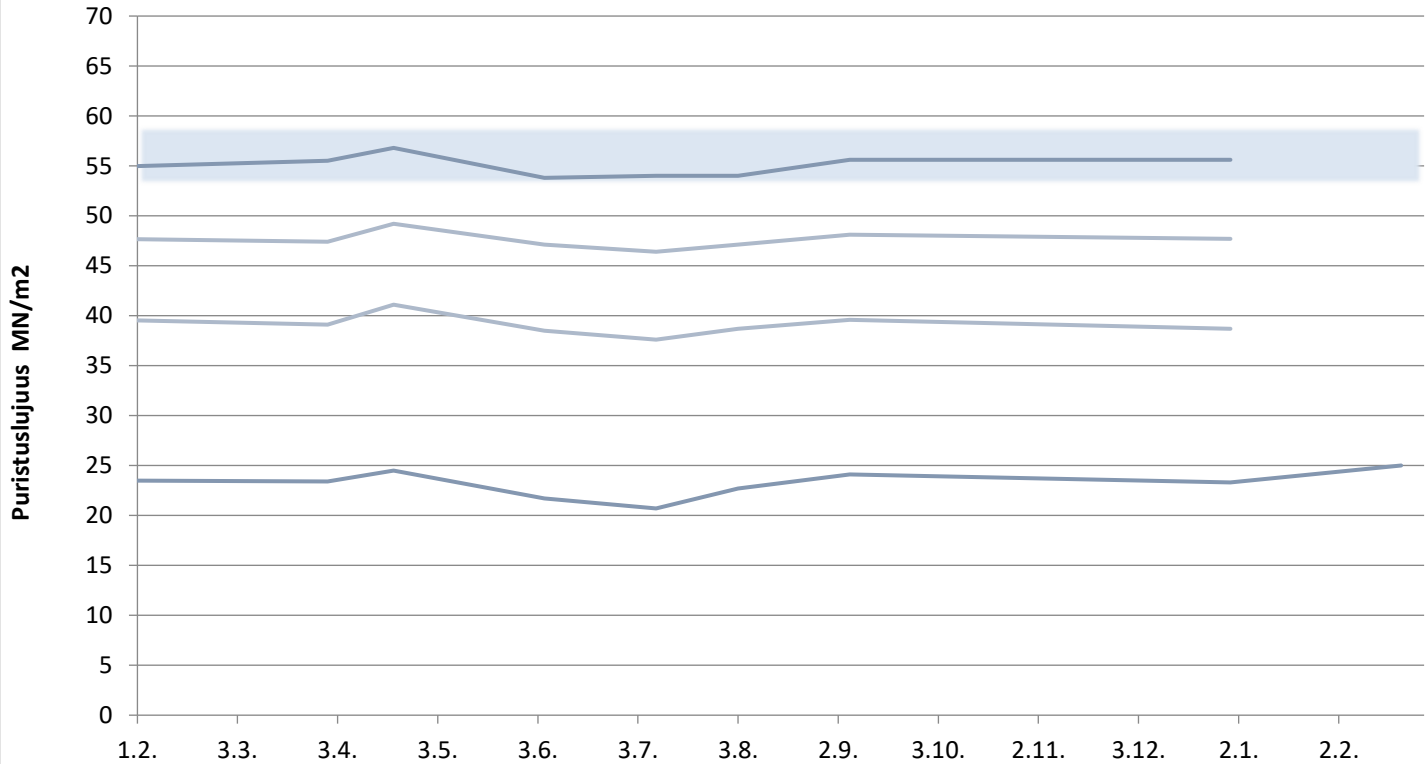

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

