

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

| Parainen | m ² /kg | % | % | % | kg CO ₂ eq./ton |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP** |
| Kolmossementti CEM III/A 52,5L | 540 | 41 | 4 | 40 | 446 |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 440 | 35 | 10 | 16 | 567 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R | 500 | 33 | 8 | 4 | 702 |
| Pikaseimentti CEM I 52,5R | 580 | 33 | 3 | 0 | 776 |
| KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR | 540 | 49 | 2 | 73 | 330*** |
| Ykkössementti CEM I 42,5R | 400 | 31 | 5 | 0 | 768 |
| Raahe | m ² /kg | % | % | % | kg CO ₂ eq./ton |
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP** |
| KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR | 400 | 42 | 1 | 71 | 320*** |

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

| | | | |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| Iiro Aro | 0201 206 447 | Jarkko Riepponen | 0201 206 437 |
| Heikki Alarautalahti | 0201 206 204 | Sini Ruokonen | 0201 206 209 |
| | | Satu Kosomaa | 0201 206 339 |

vko 29
pvm 17.7.2024

| Lappeenranta | m ² /kg | % | % | % | kg CO ₂ eq./ton |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP** |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 440 | 33 | 14 | 10 | 526 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N | 500 | 31 | 7 | 1 | 660 |
| Pikaseimentti CEM I 52,5R | 590 | 31 | 2 | 0 | 704 |
| SR-sementti CEM I 42,5N - SR3 | 390 | 23 | 4 | 0 | 711 |
| Koverhar | m ² /kg | % | % | % | kg CO ₂ eq./ton |
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP** |
| Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5 | 410 | 81 | 0 | 0 | 1100 |

* viimeisimmän laivauserän tulokset


** voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

*** väliaikainen arvio

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

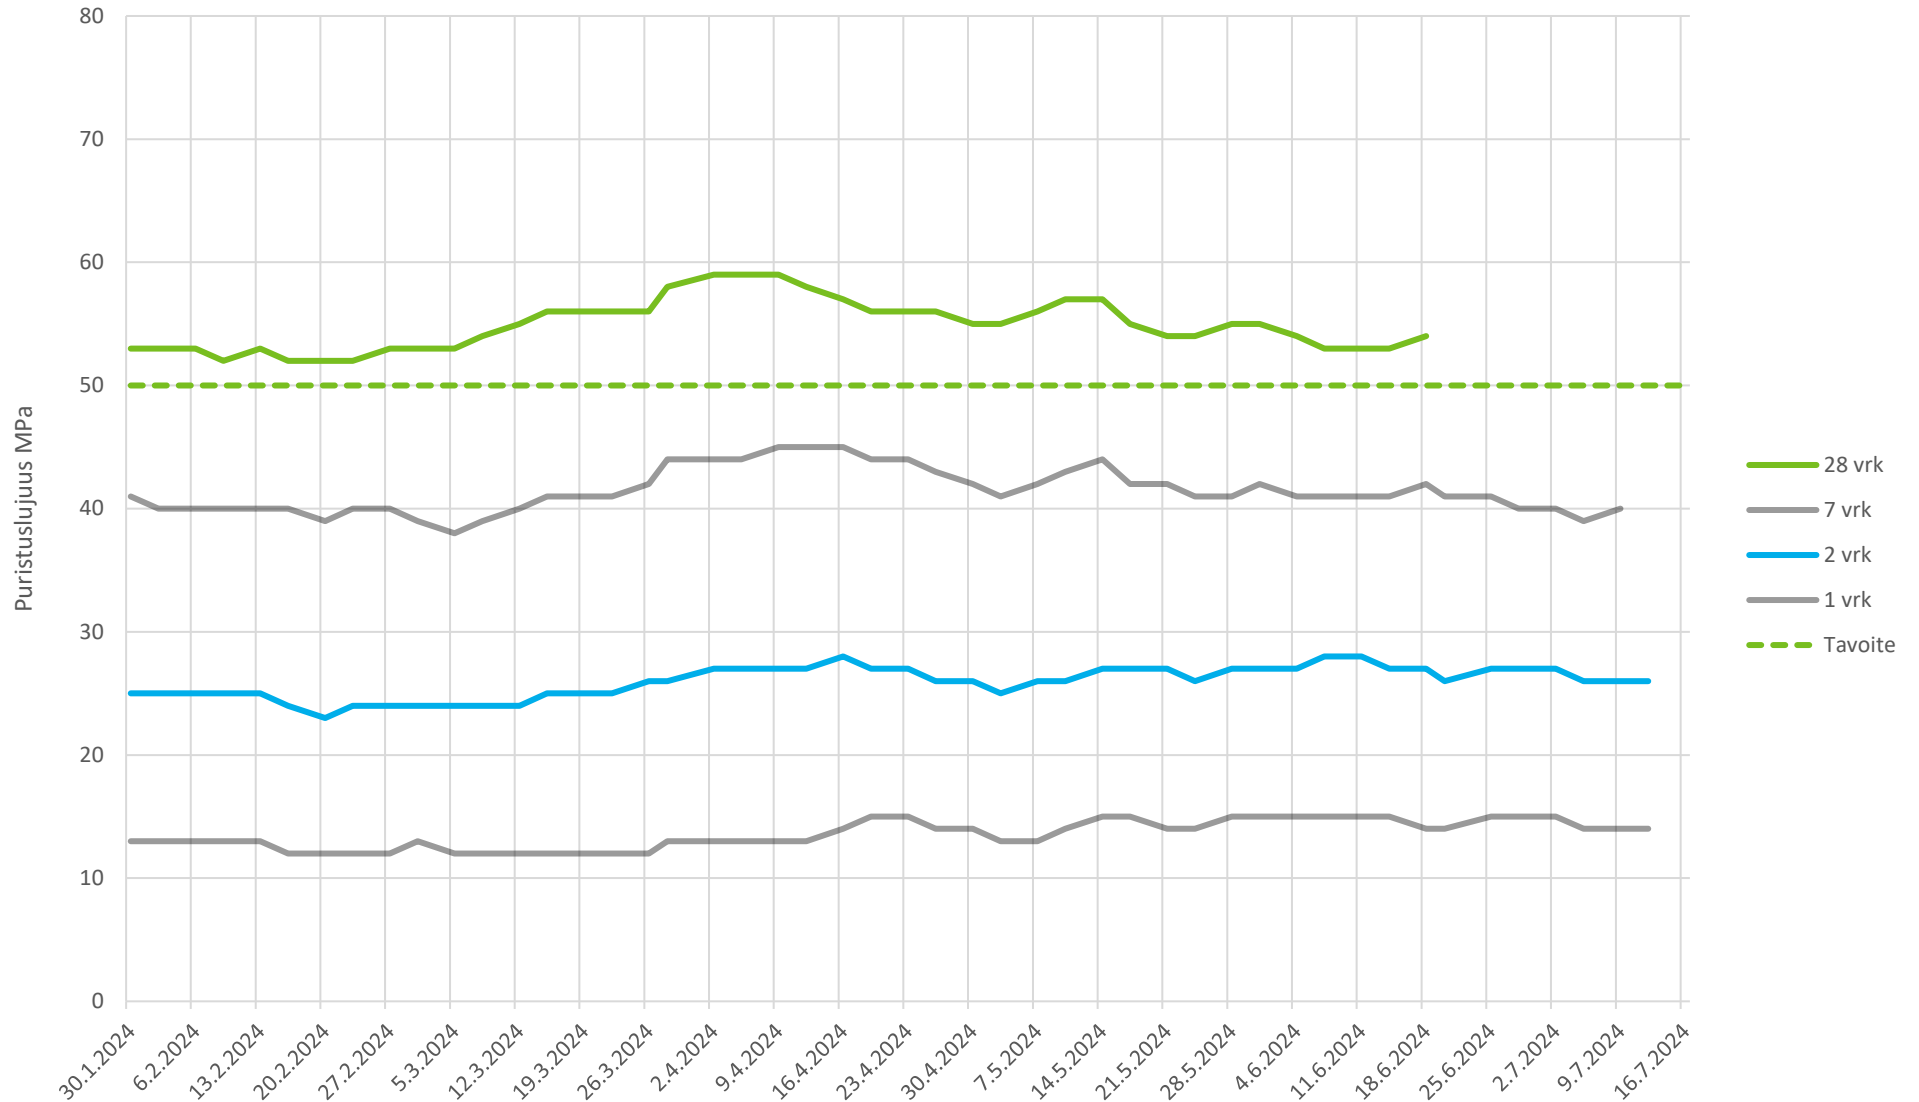


Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

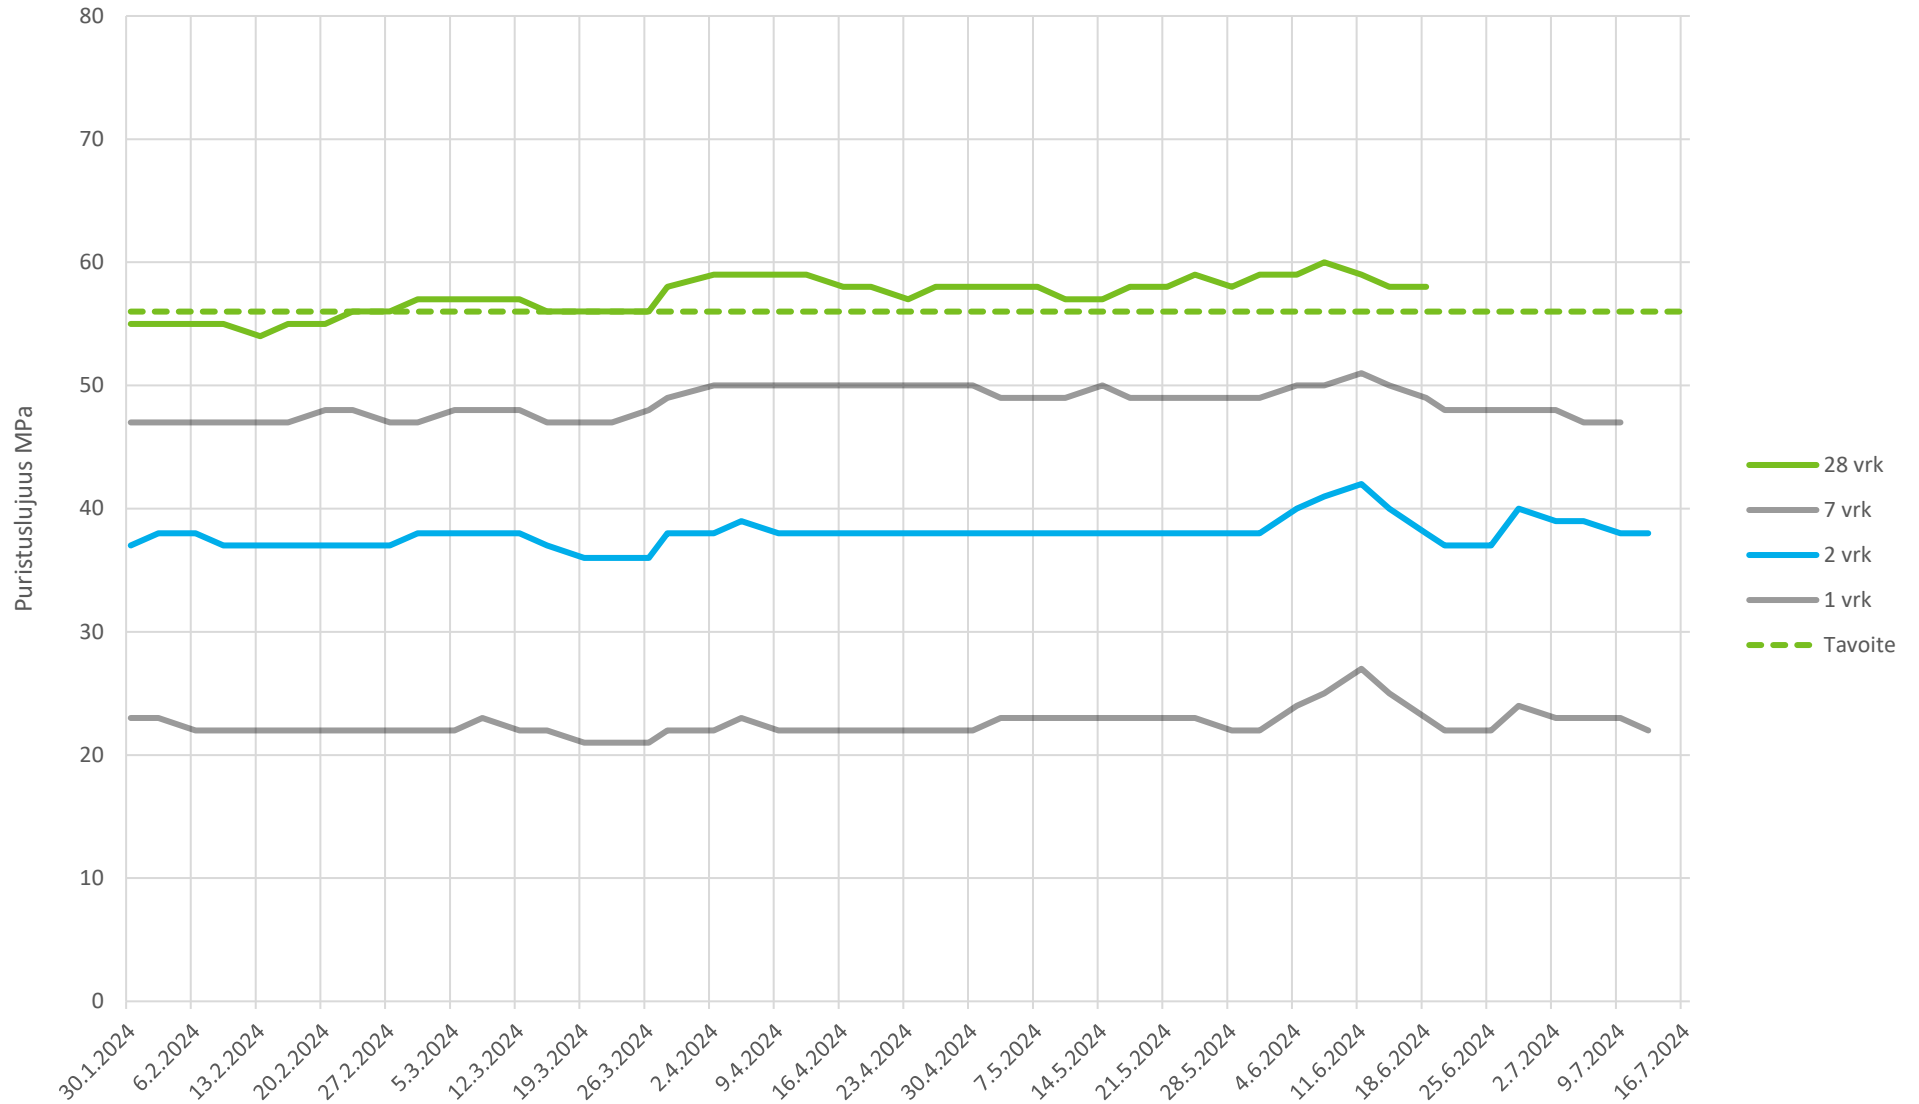


Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

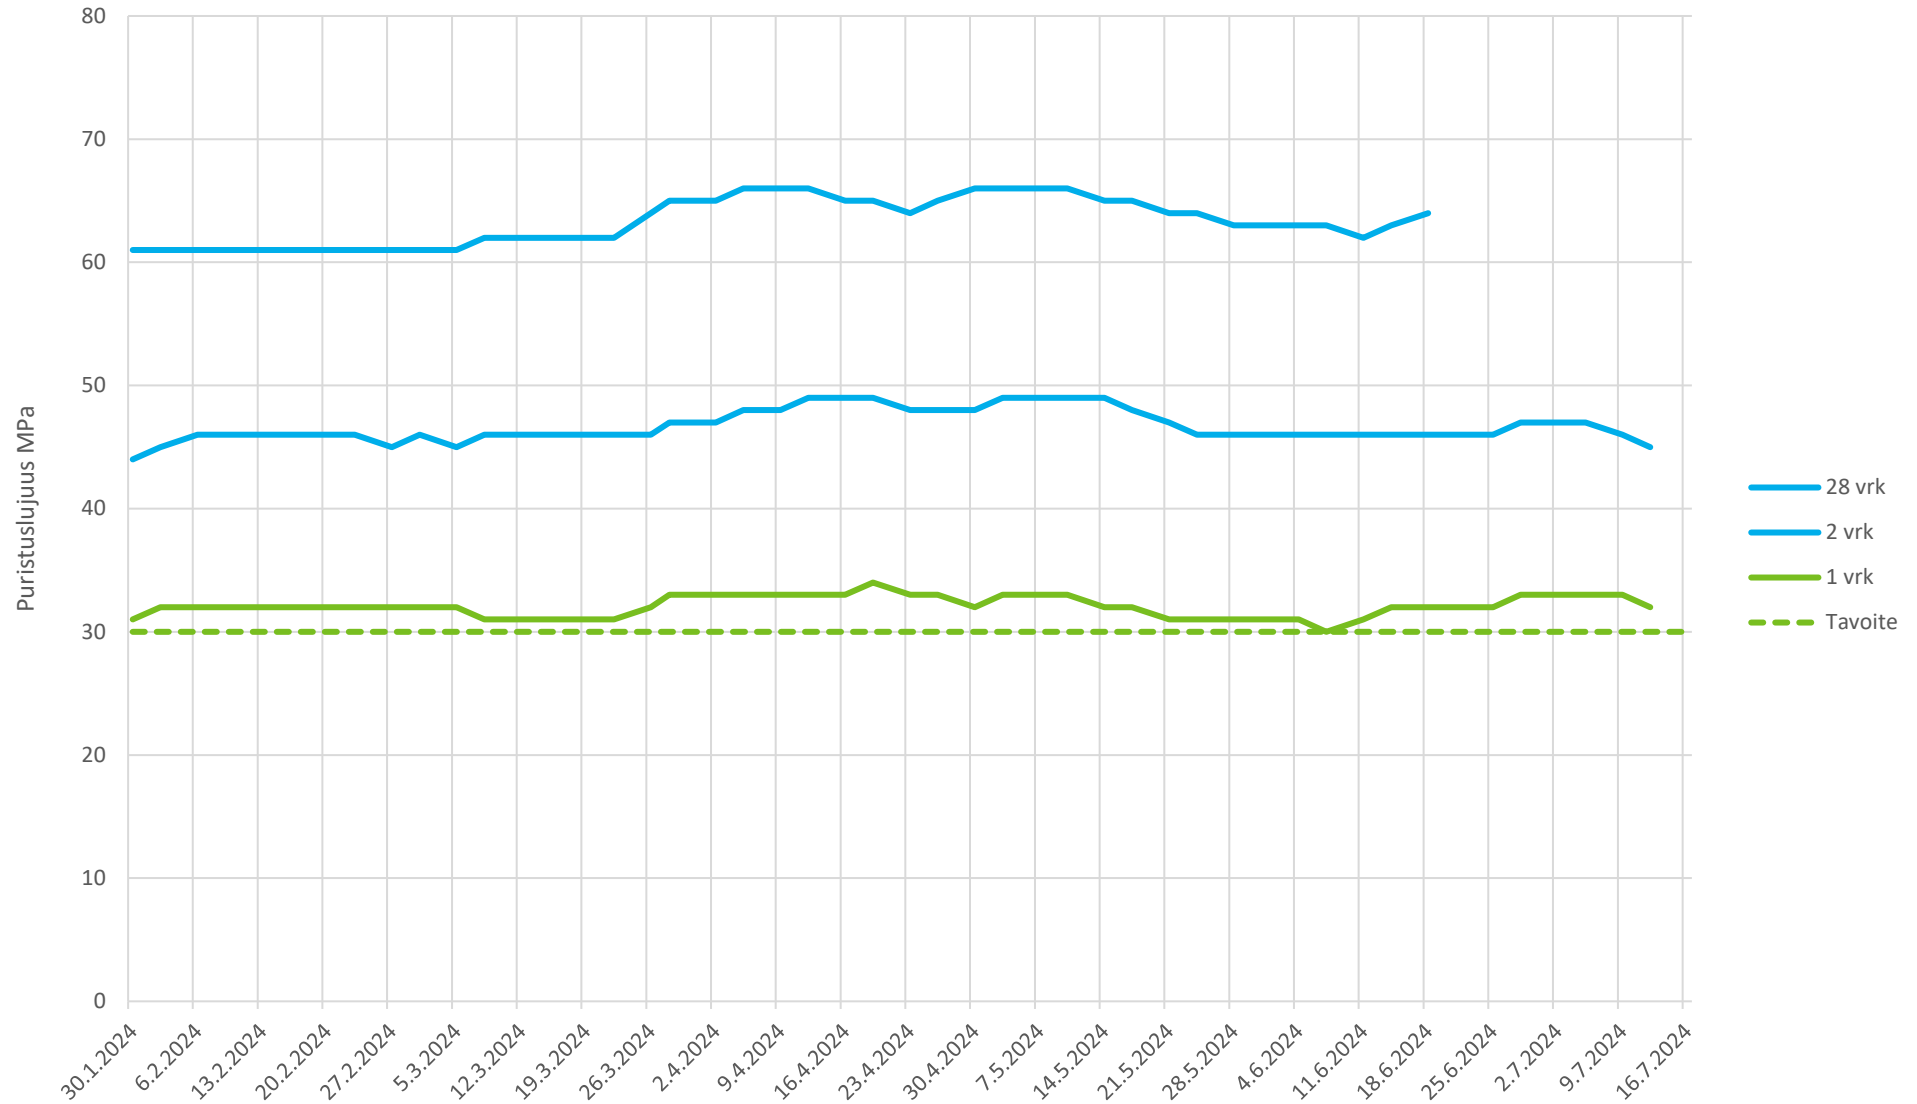


Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

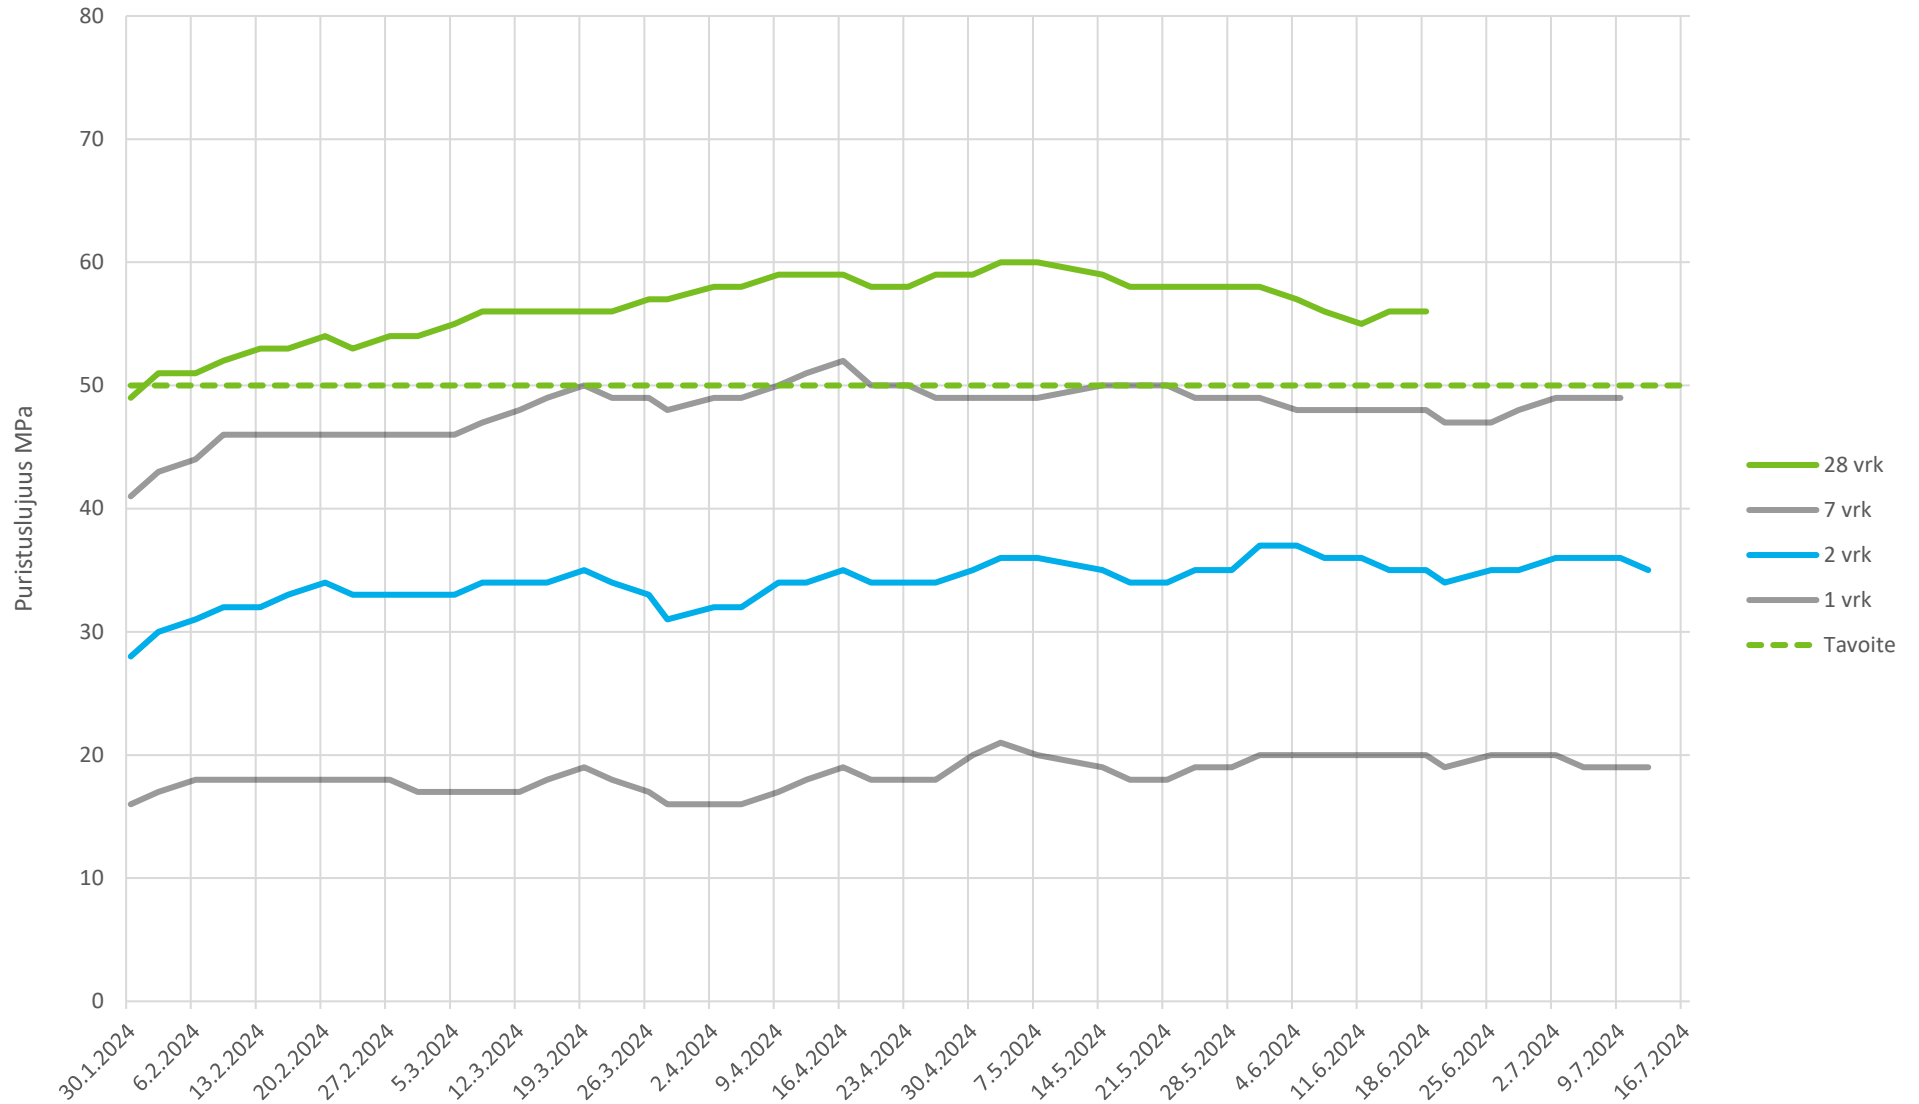


Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

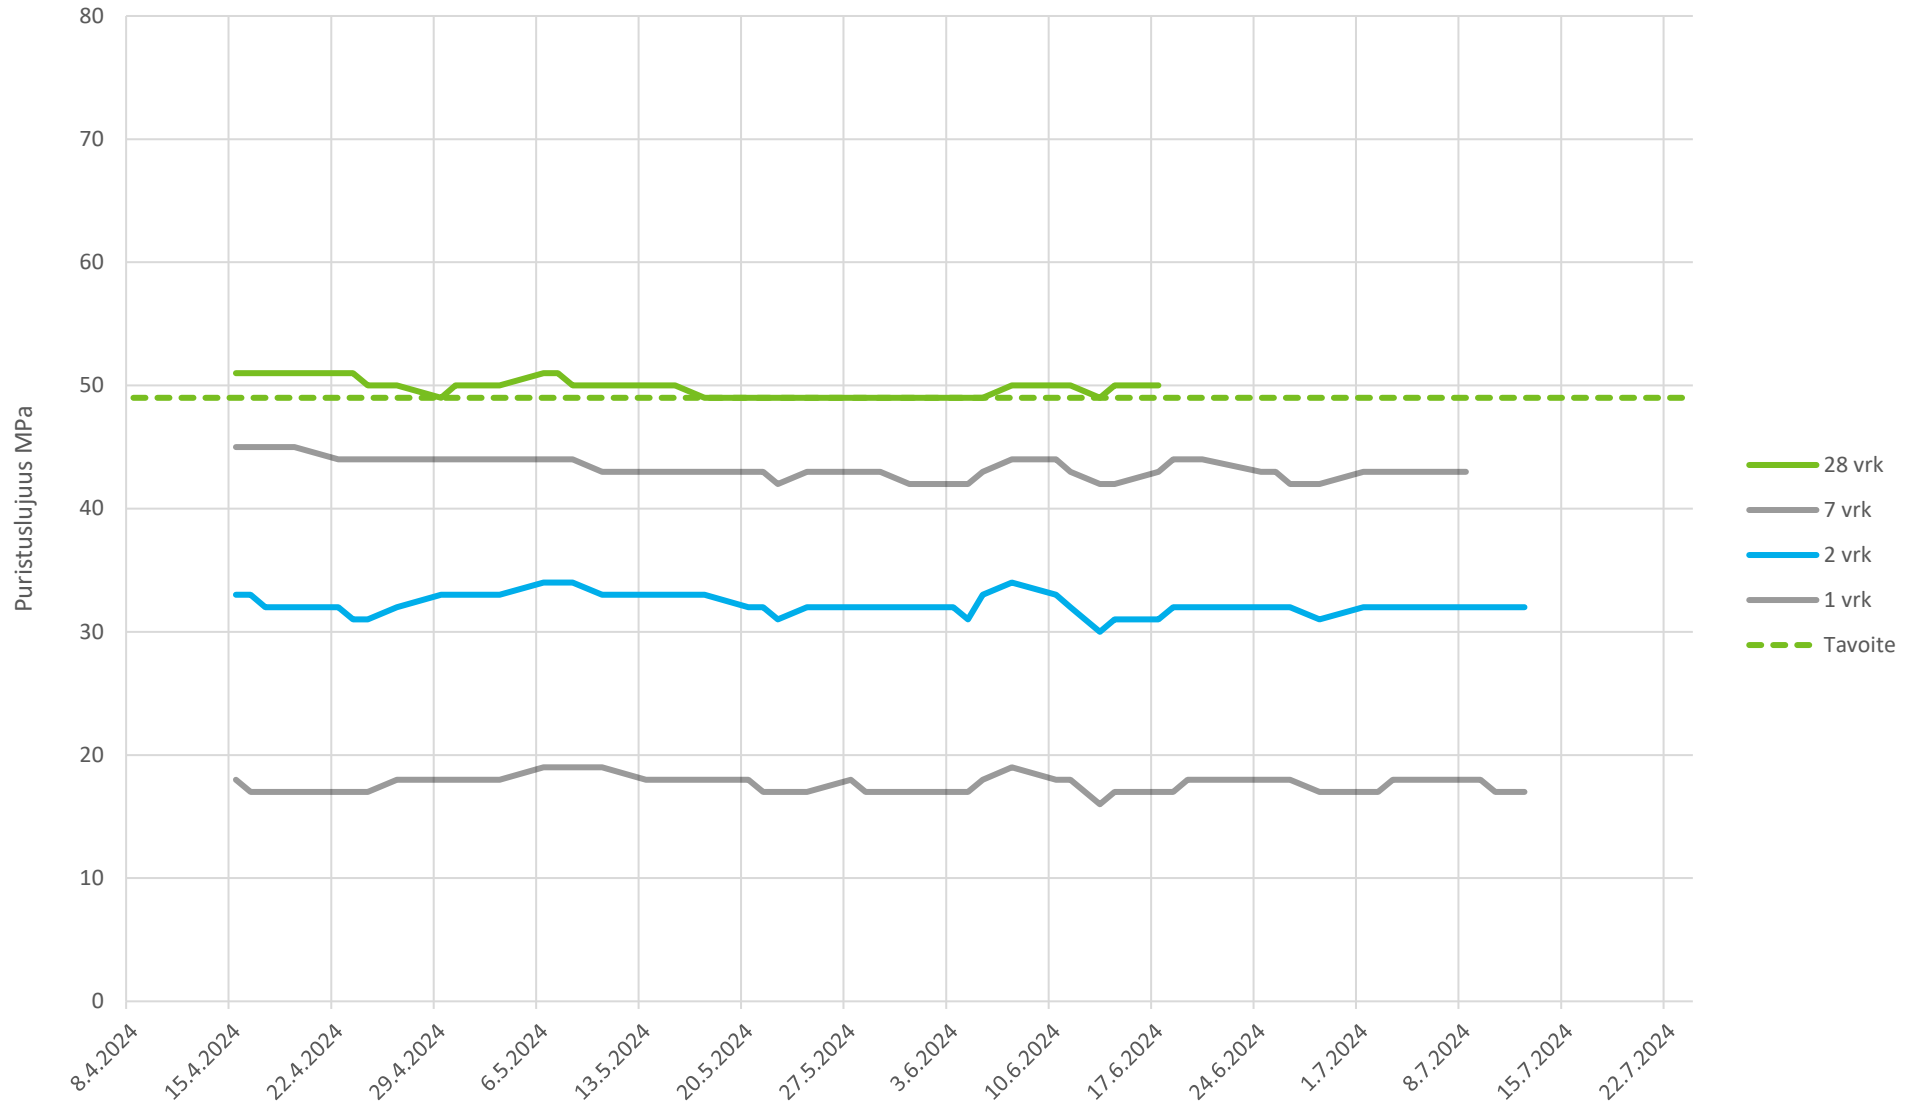


Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

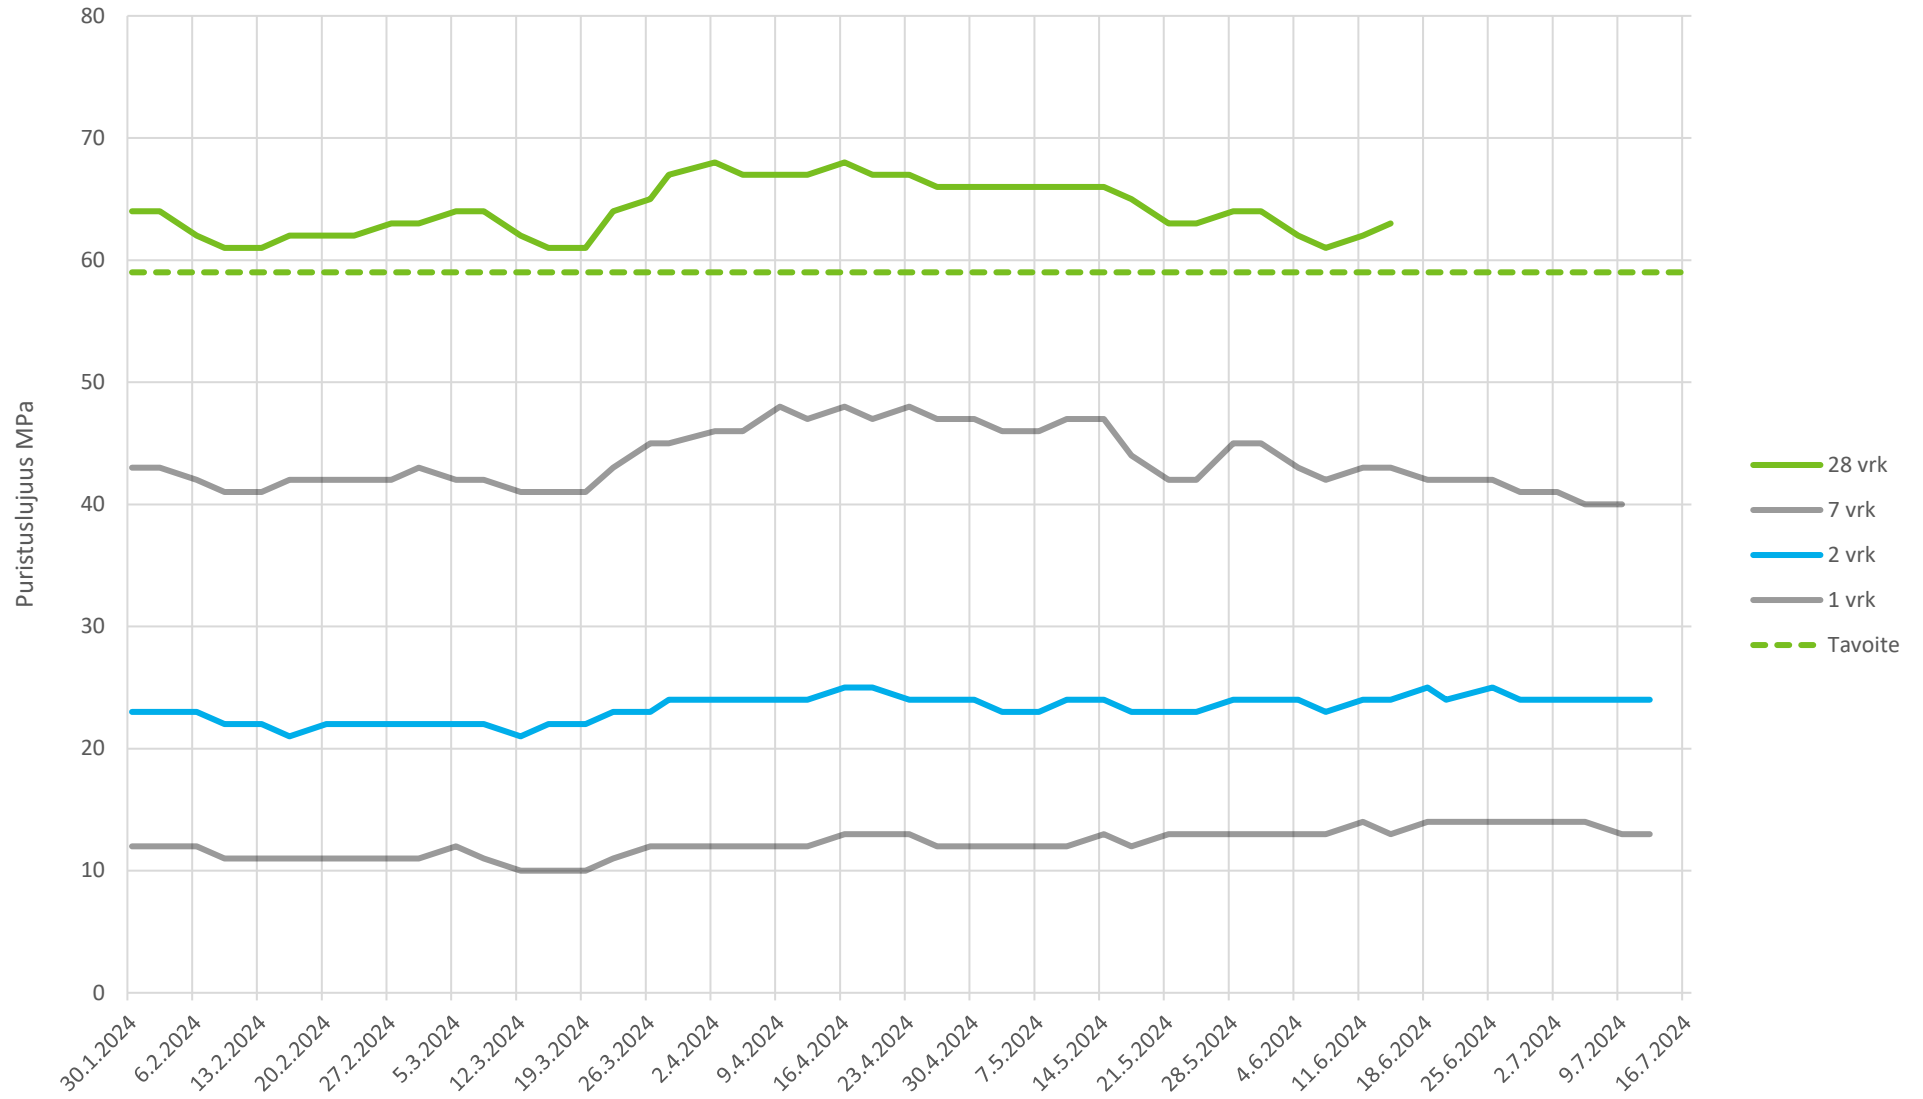


Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk

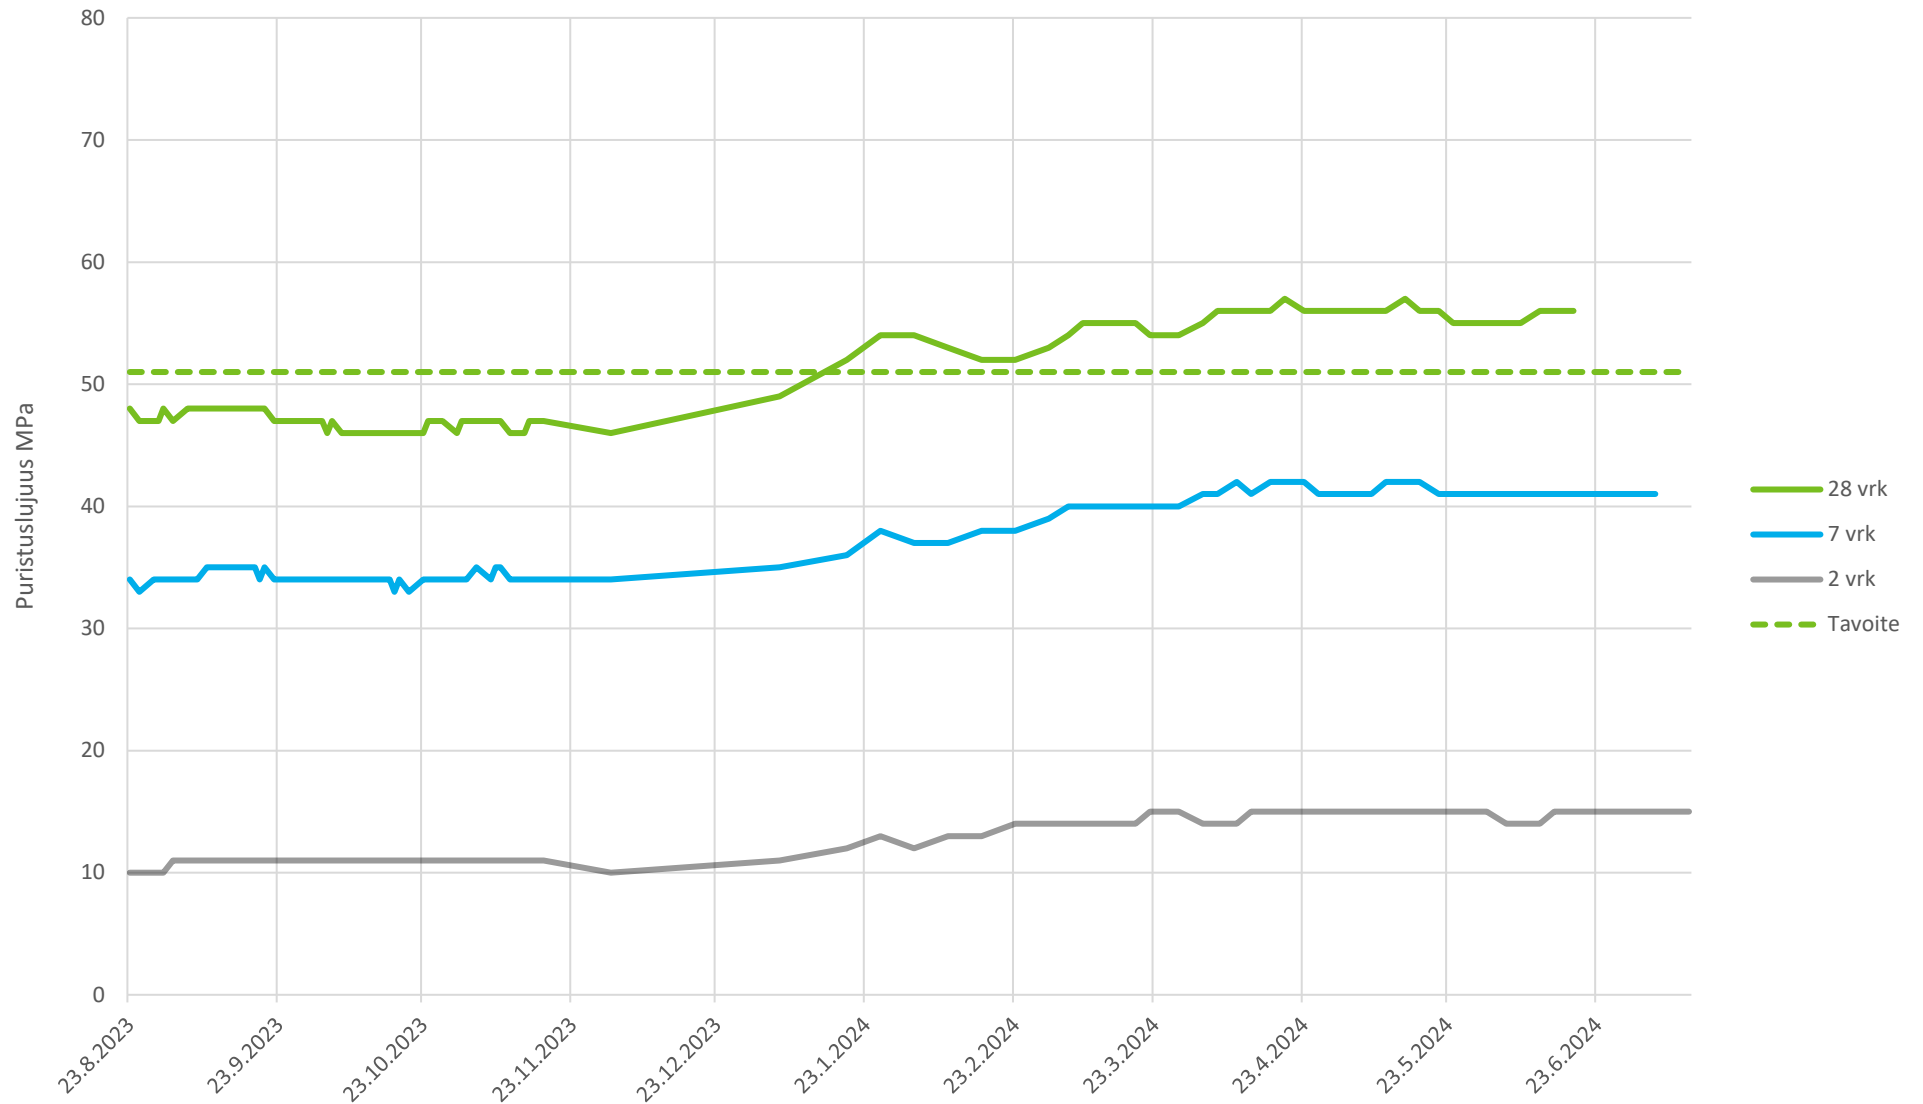


Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

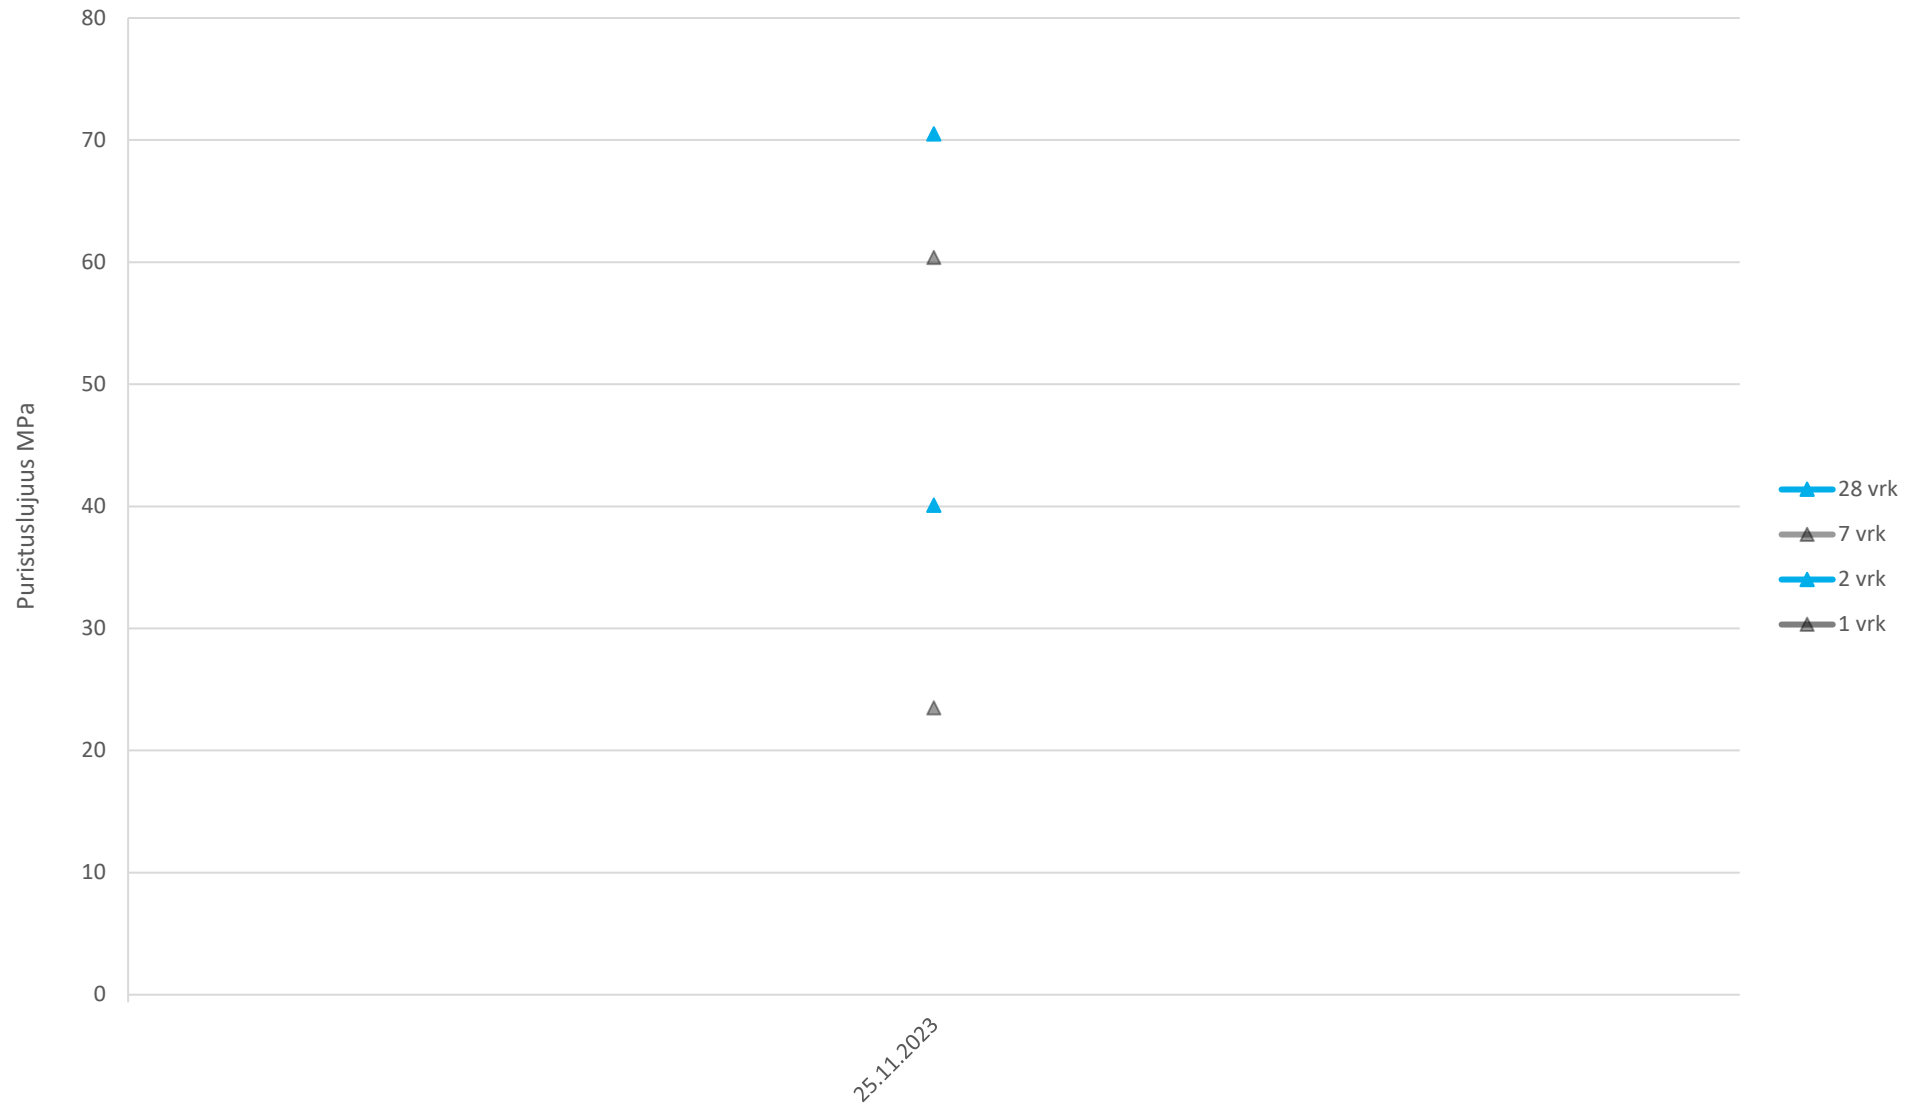


Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

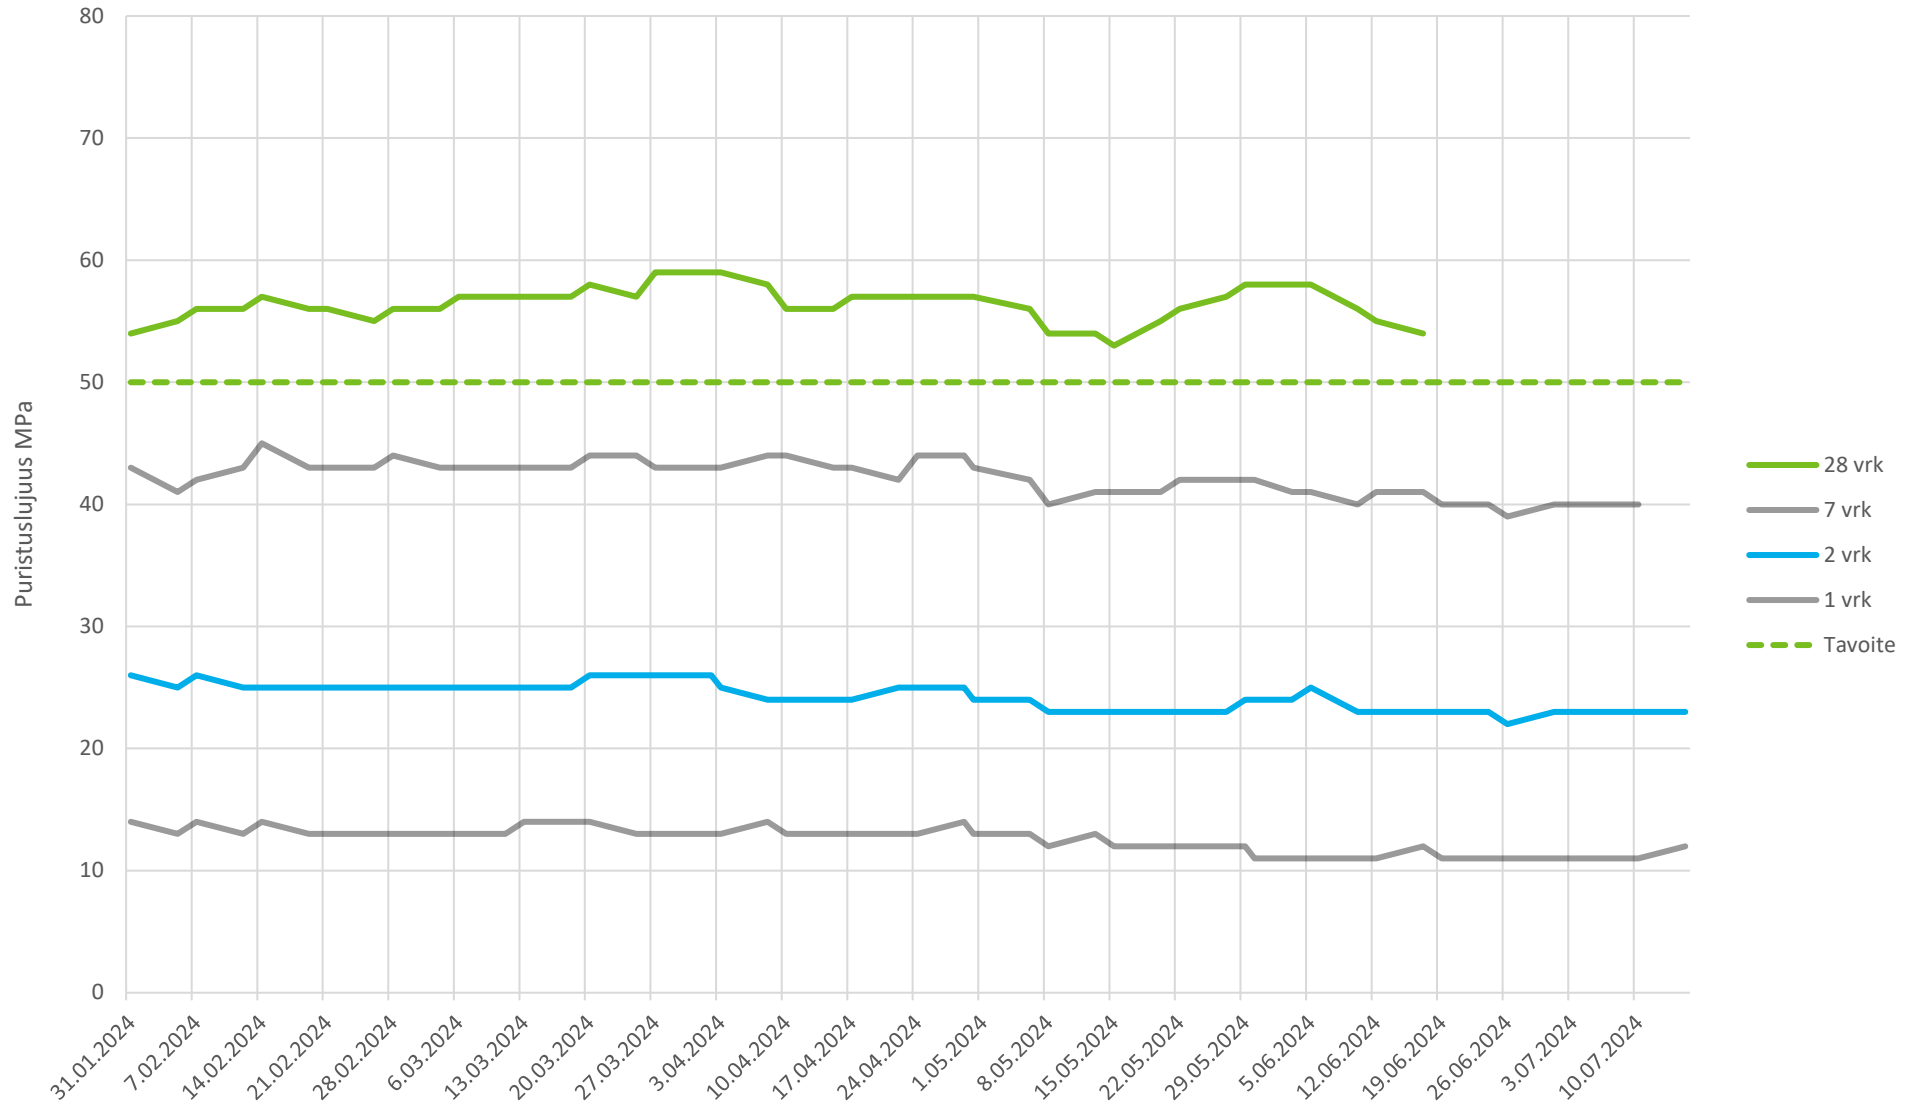


Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

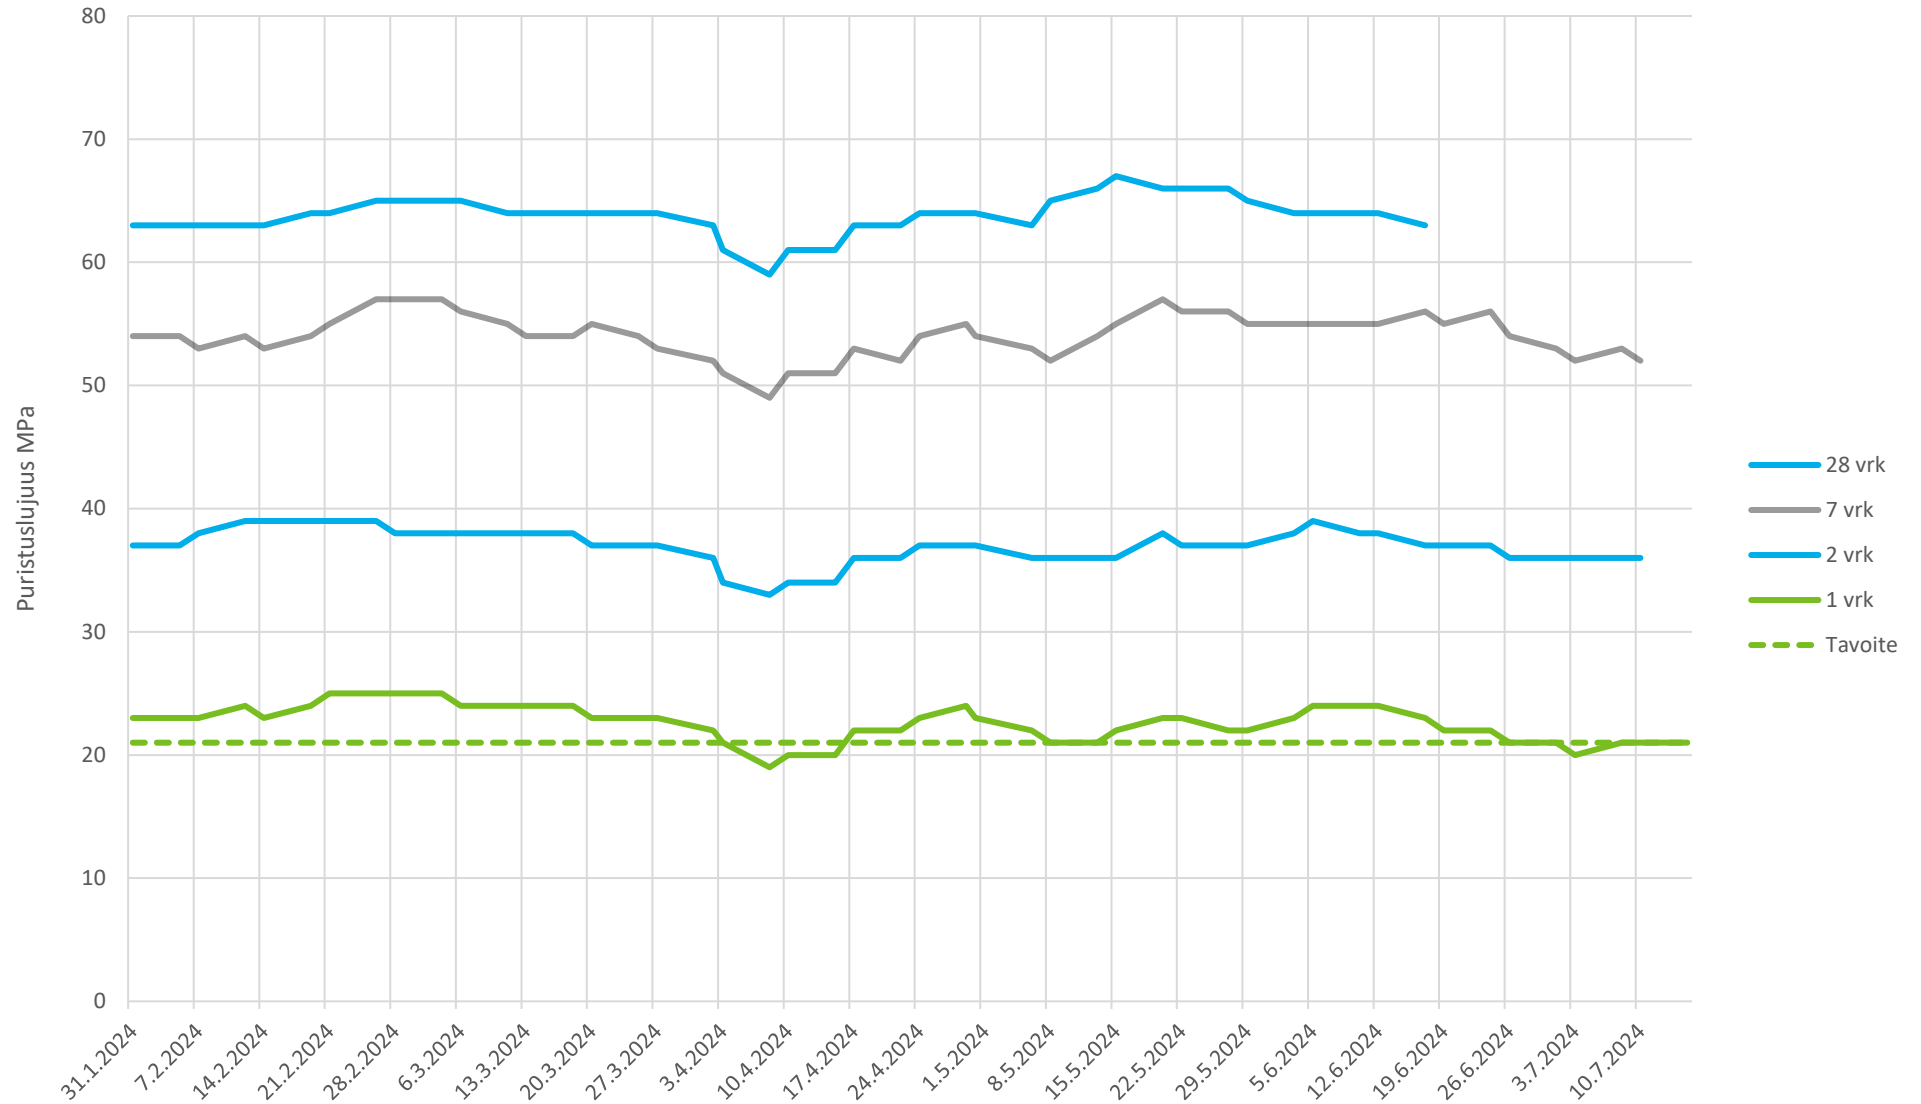


Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

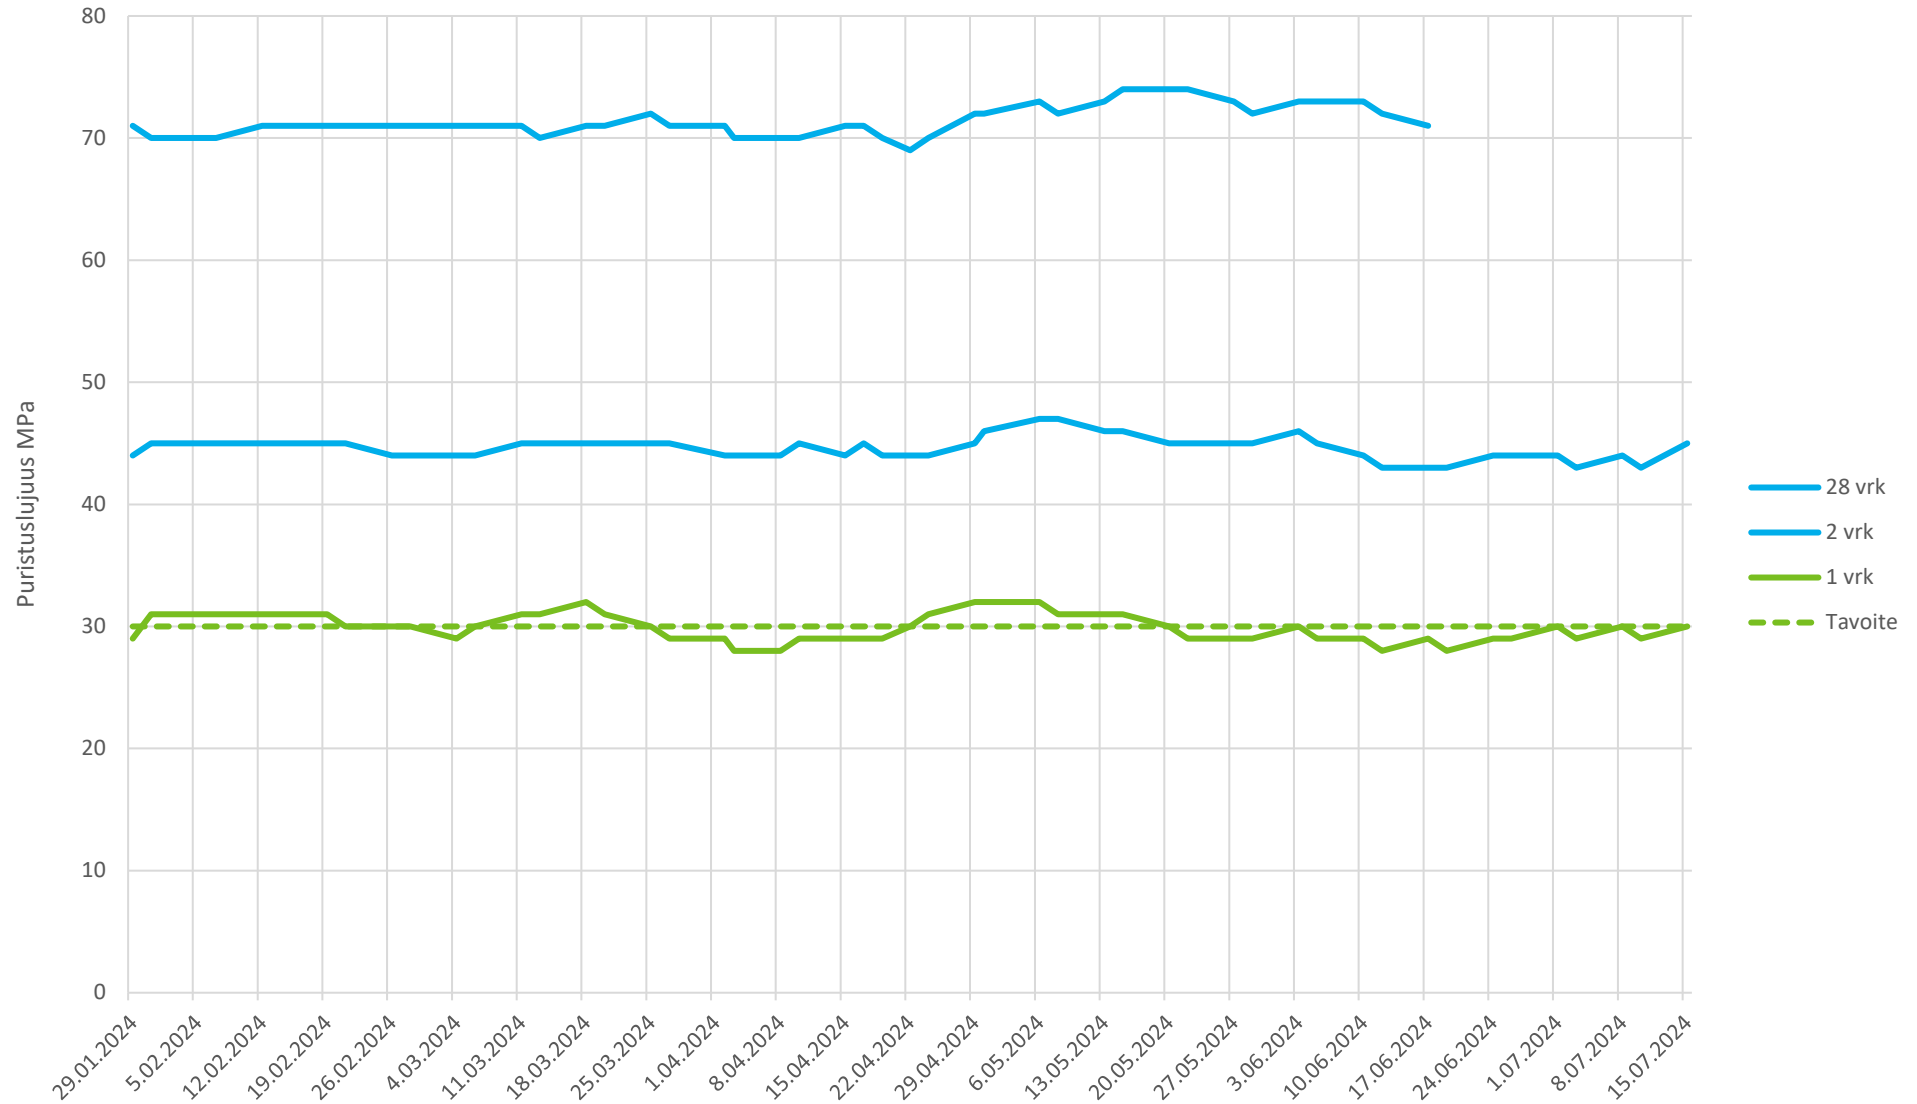


Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

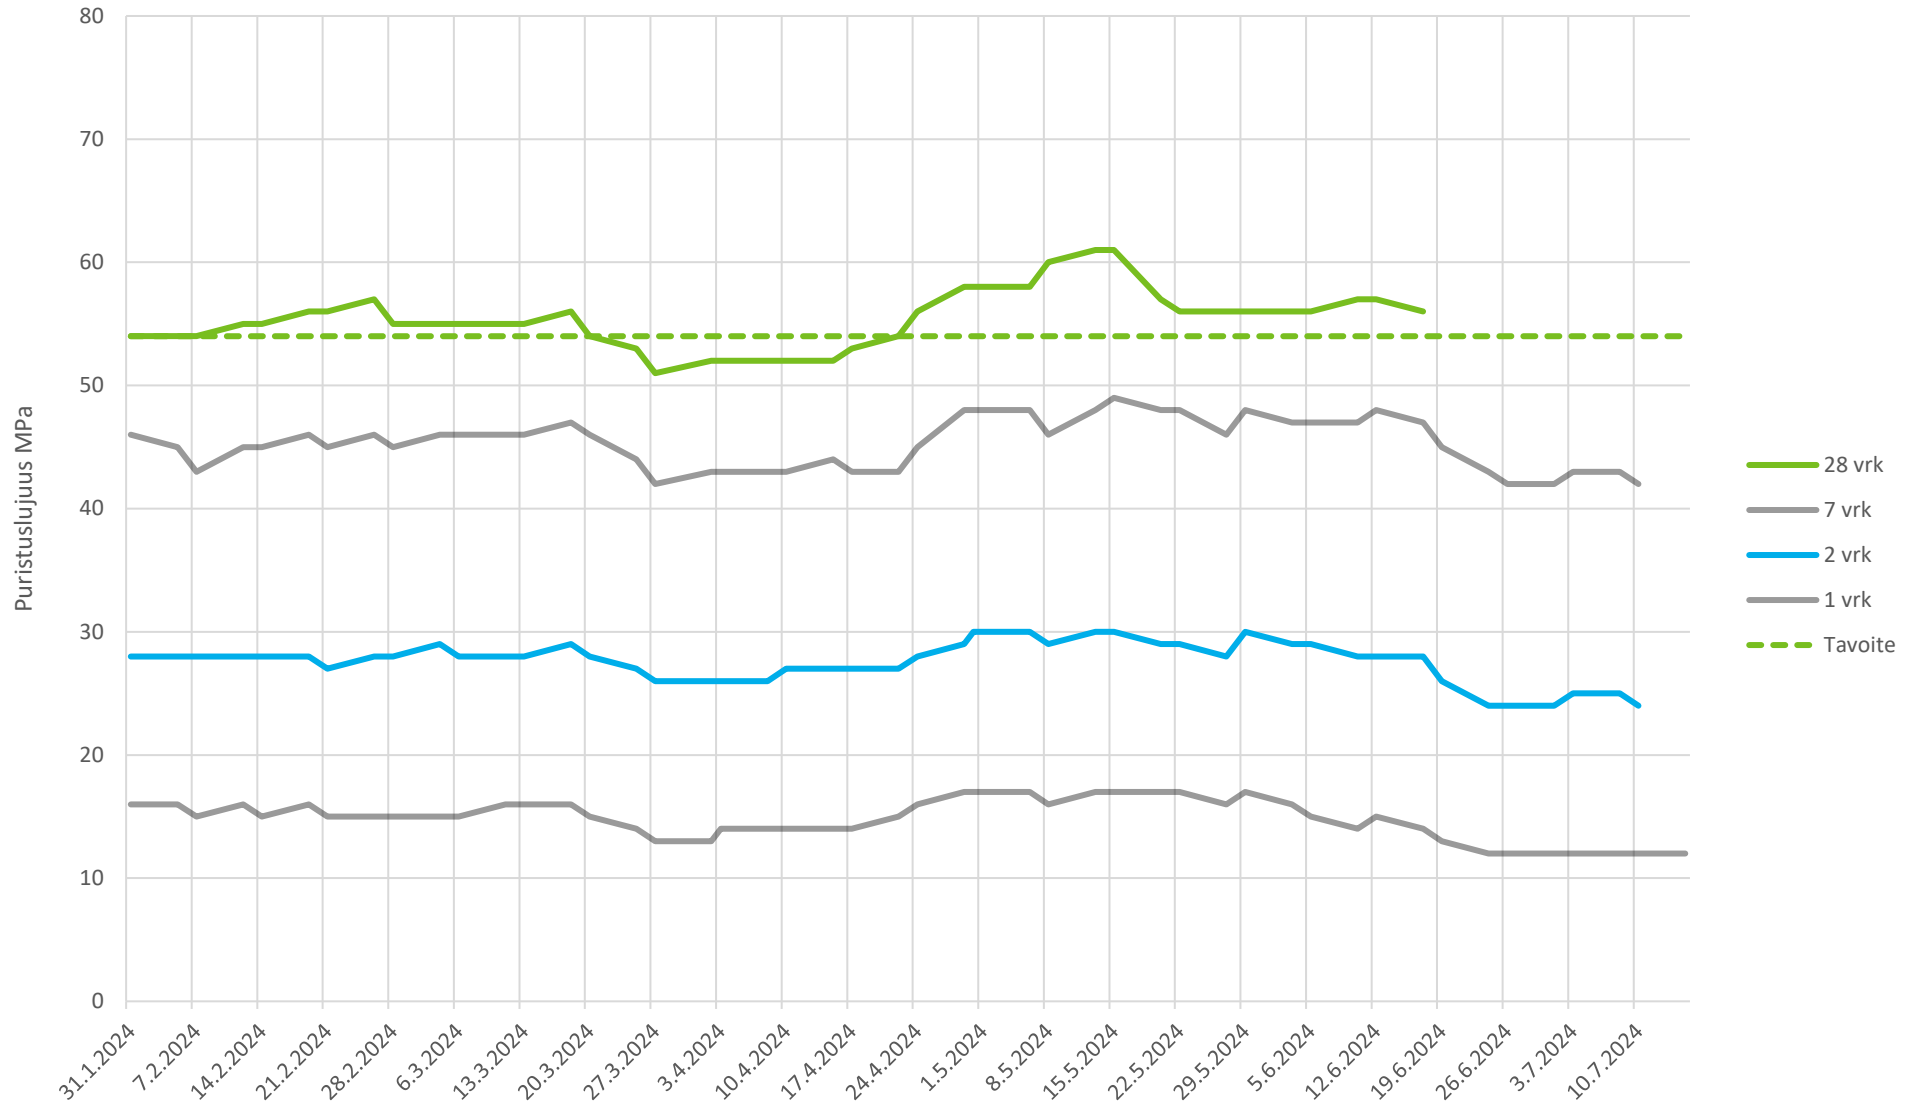


Raahen KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk

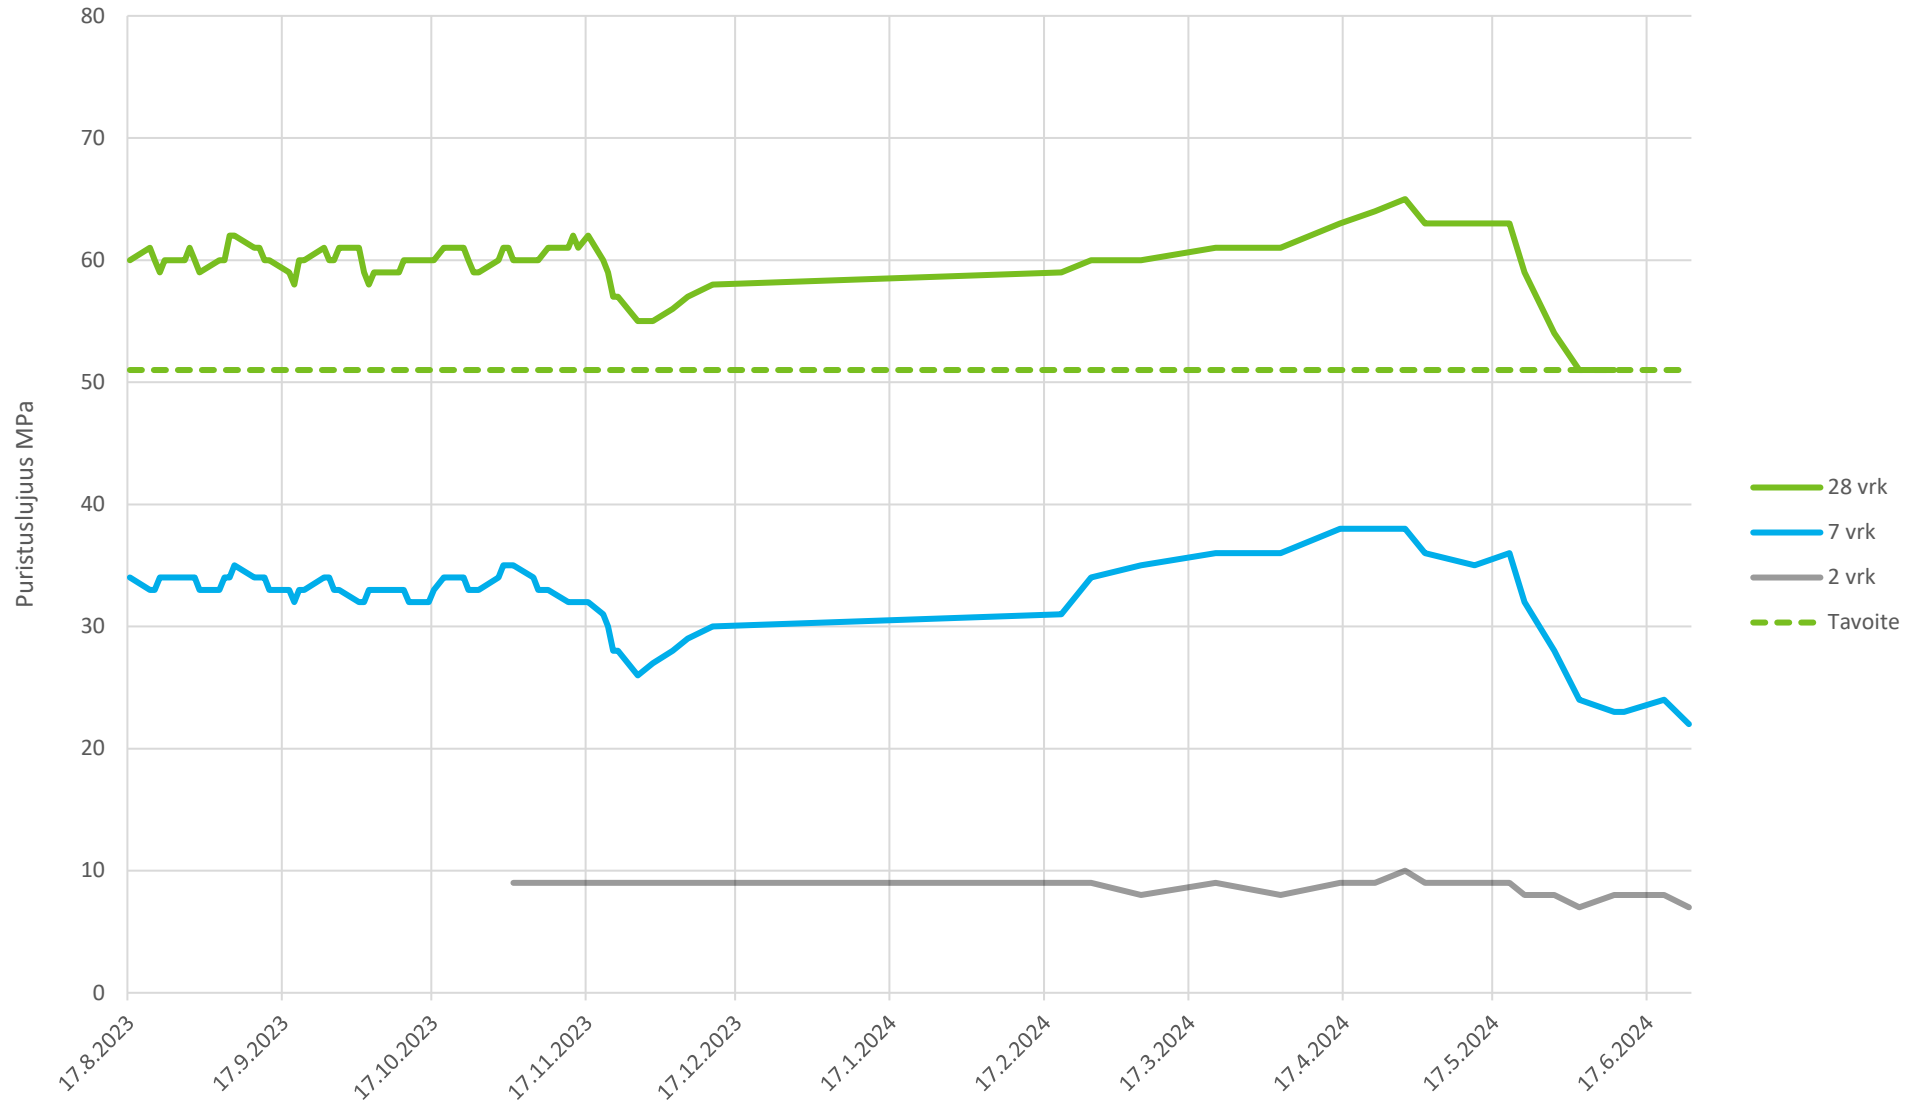


Oiva-sementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

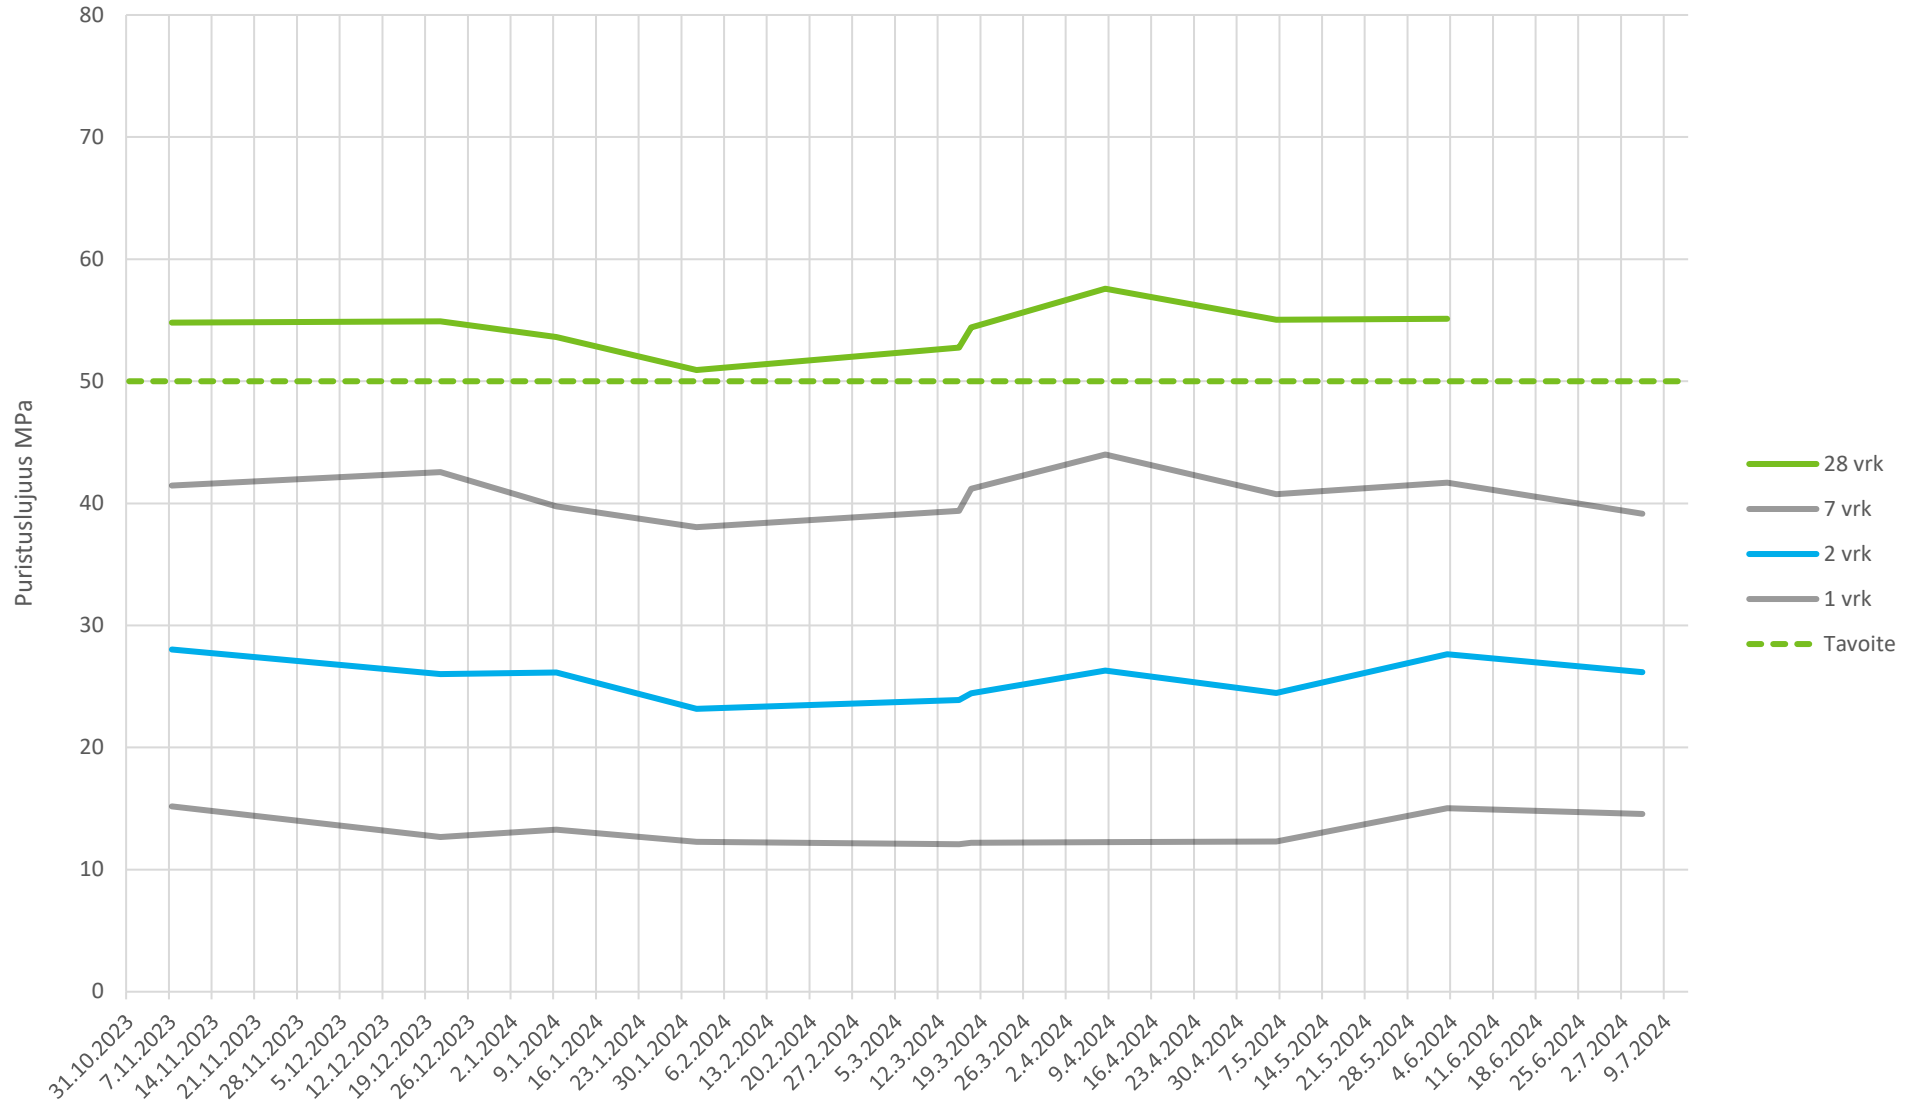


Pikasementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

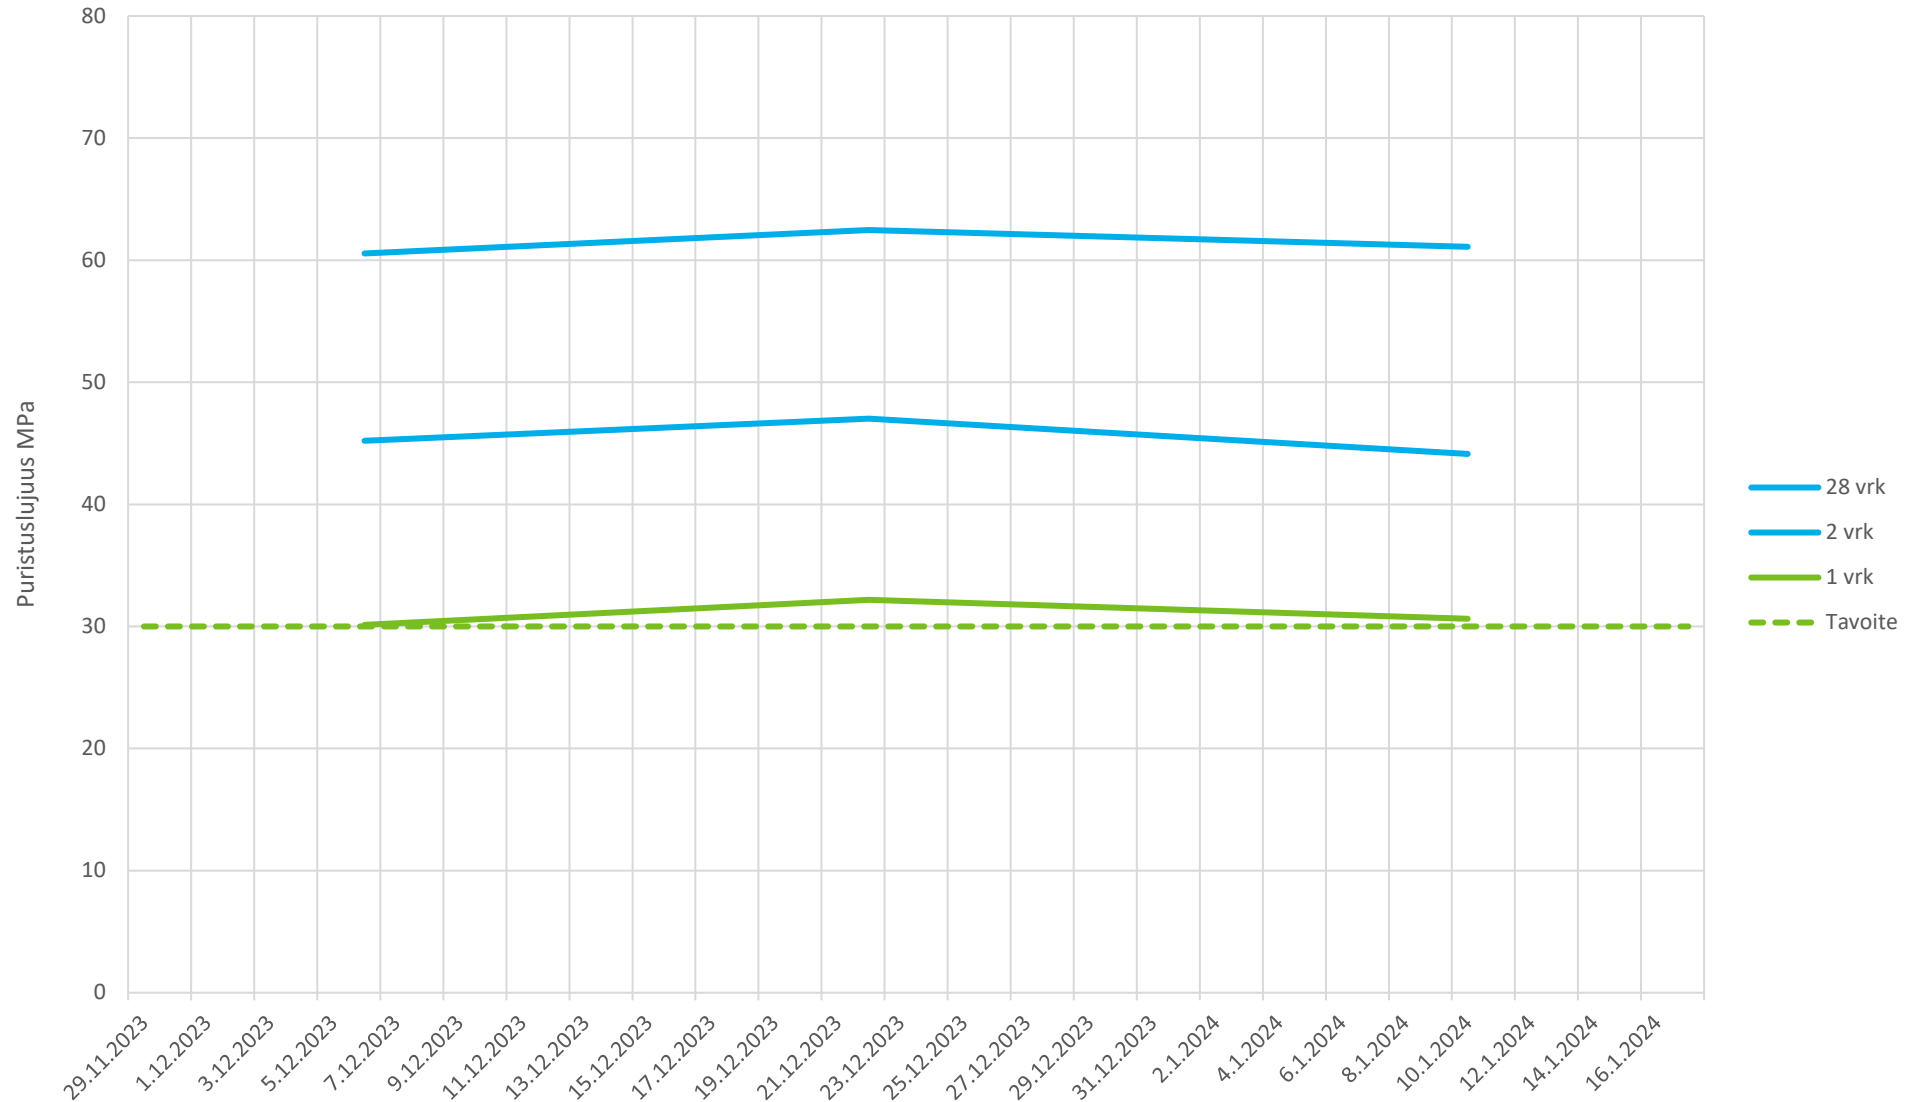


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

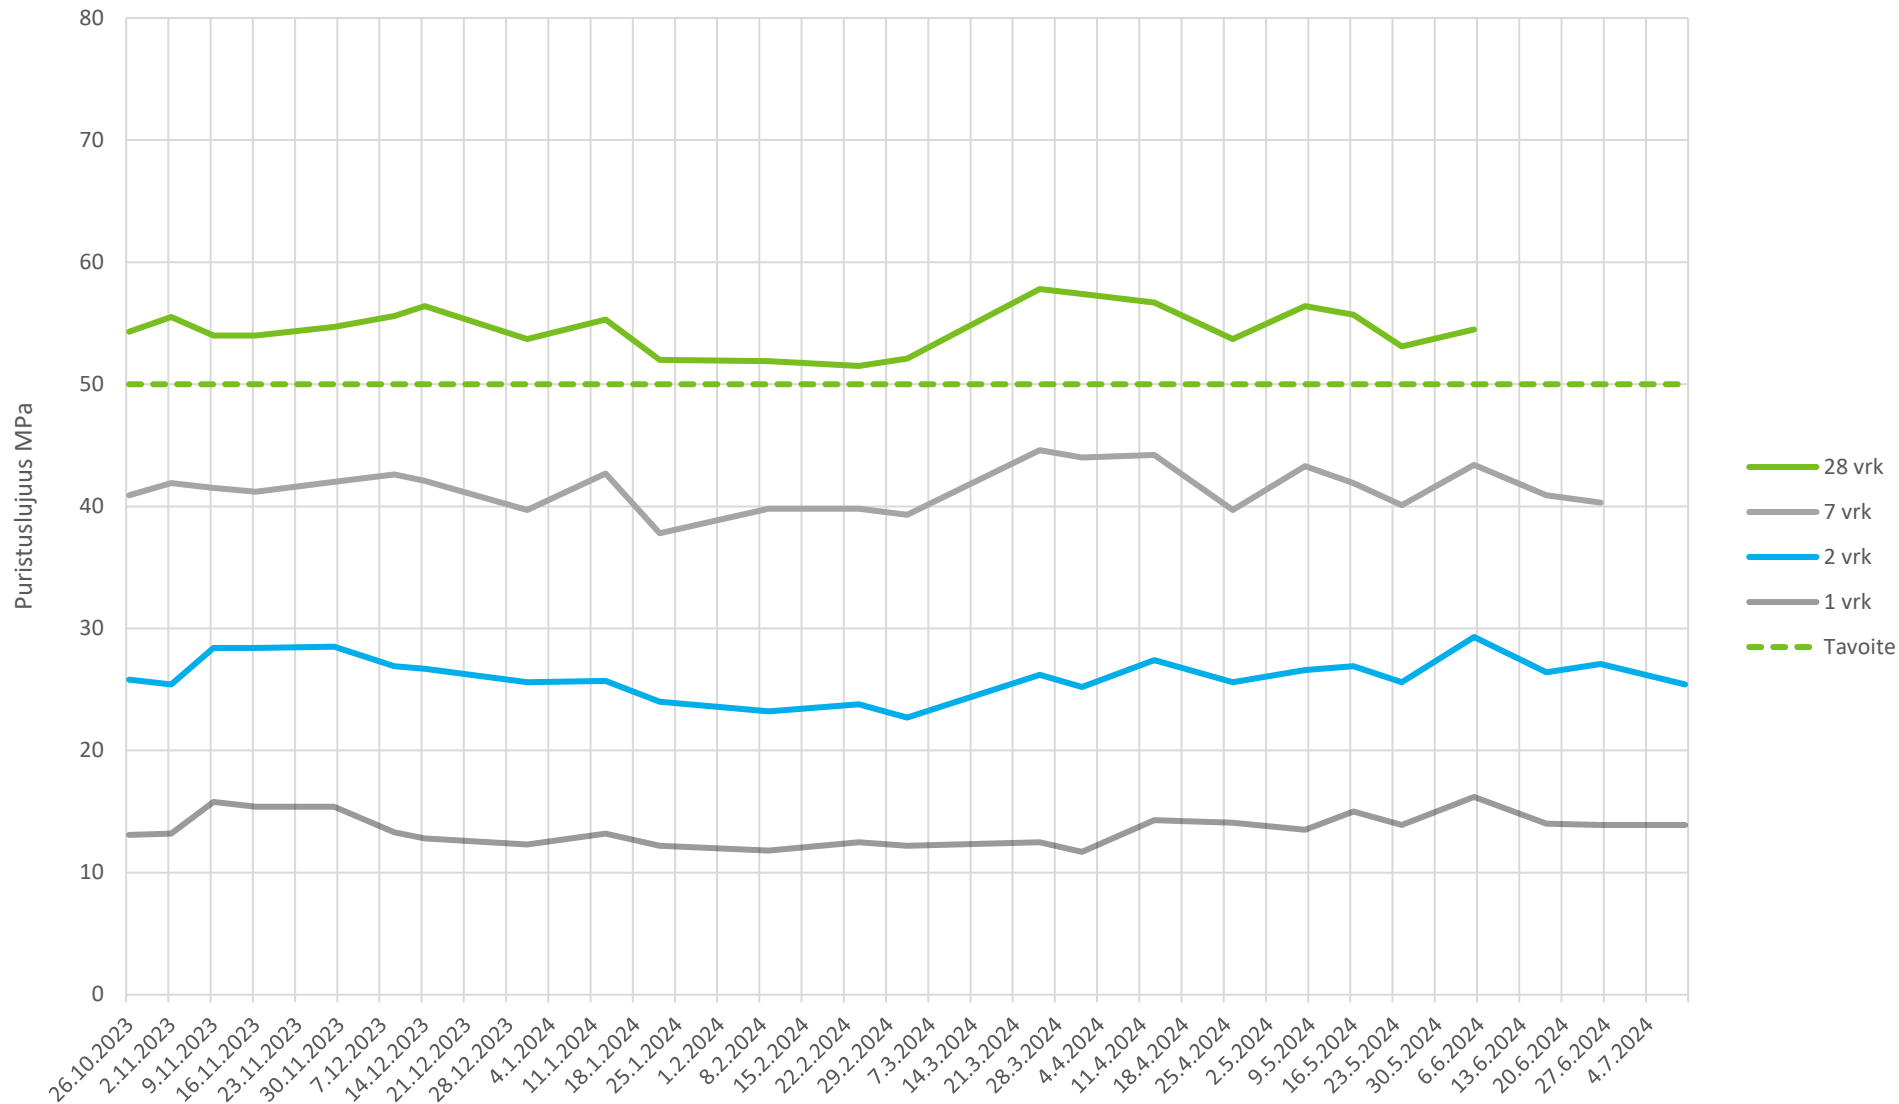


Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

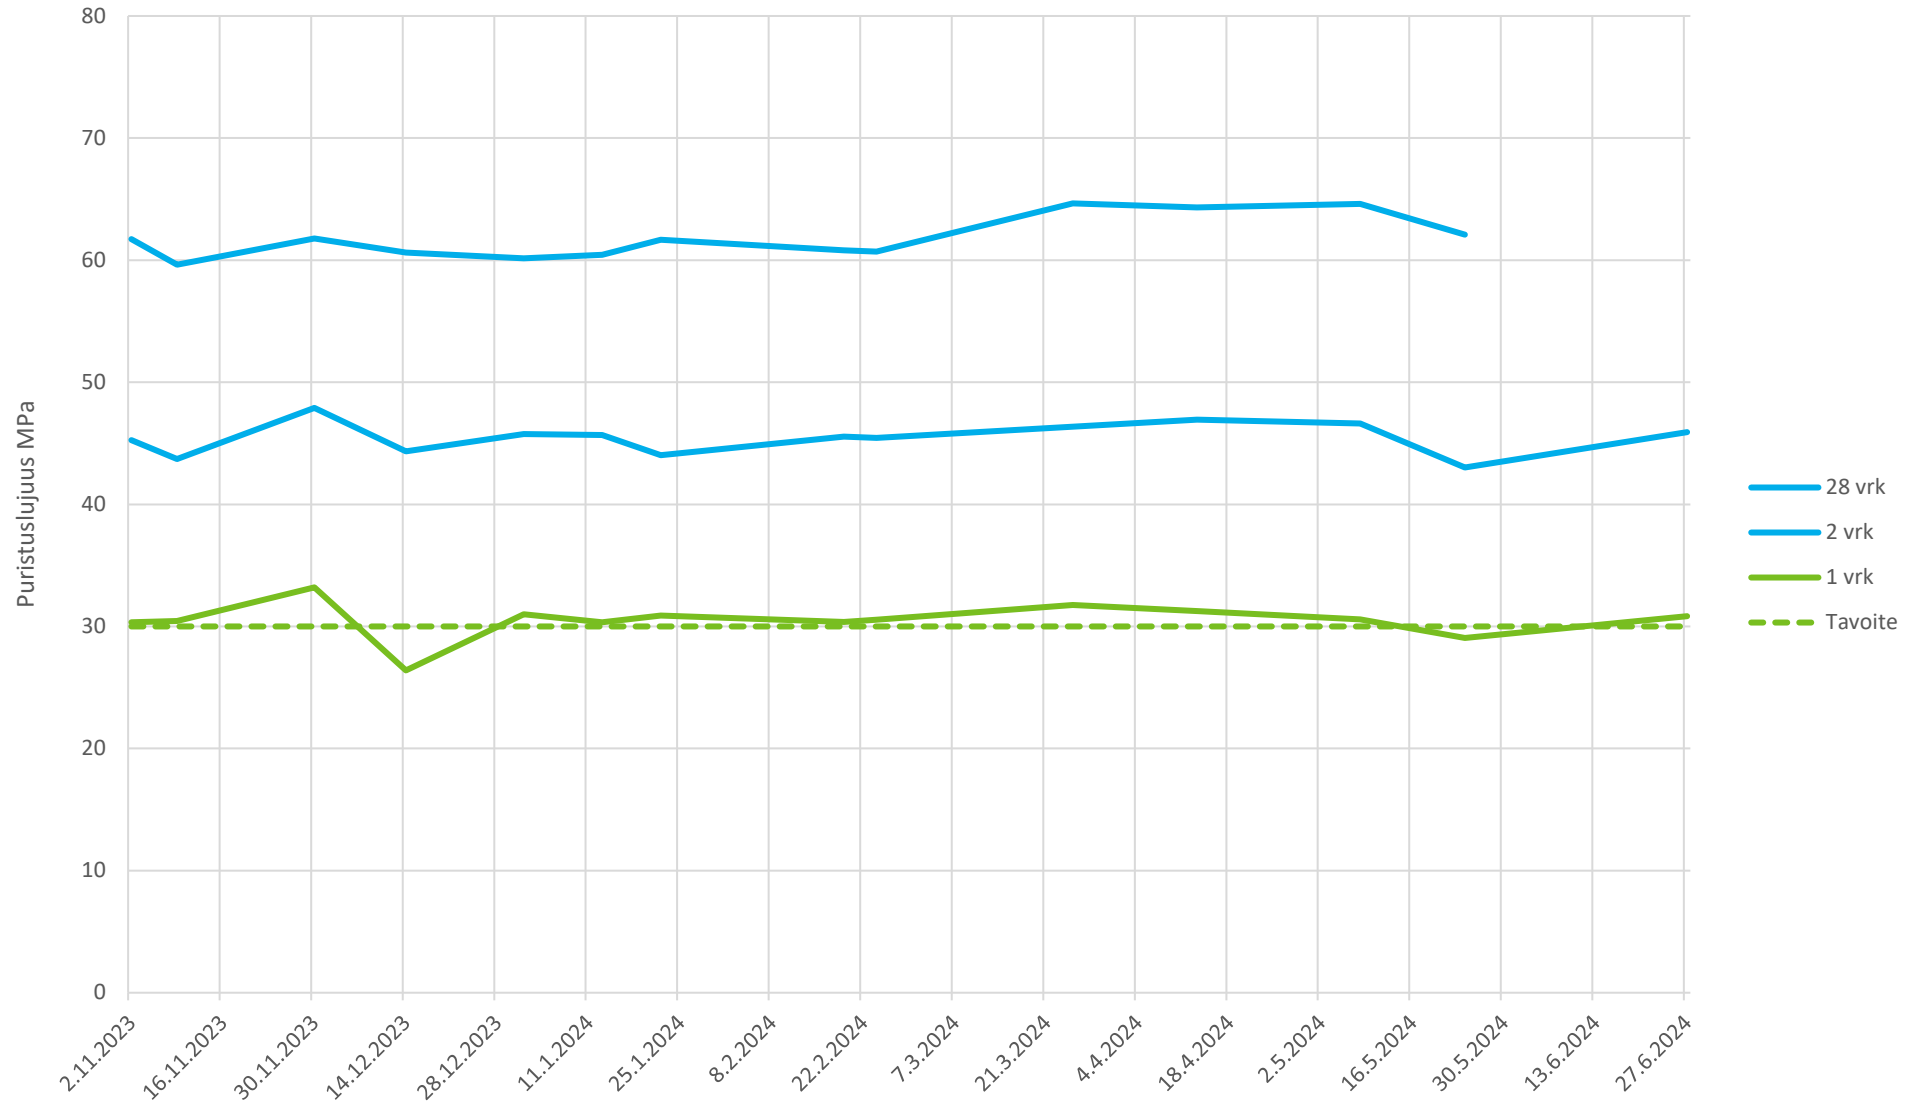


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

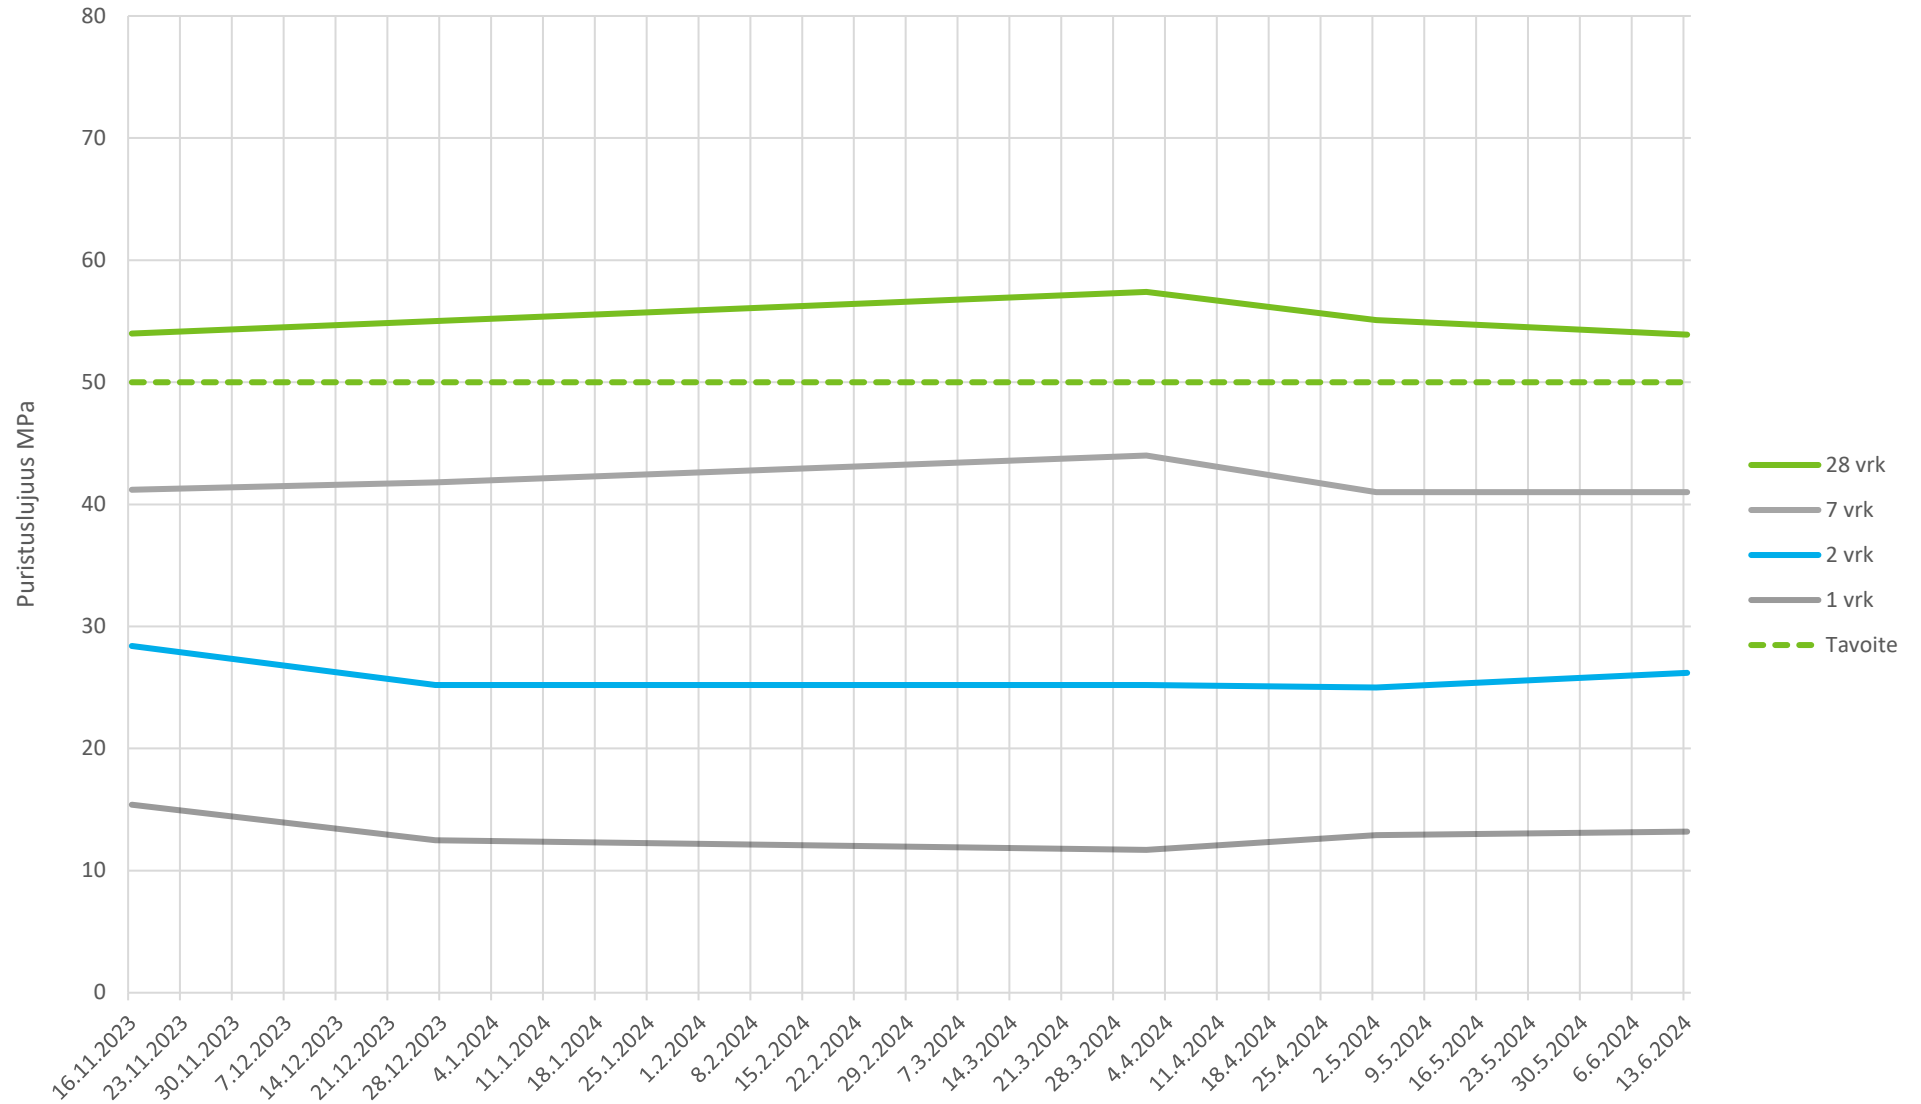

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

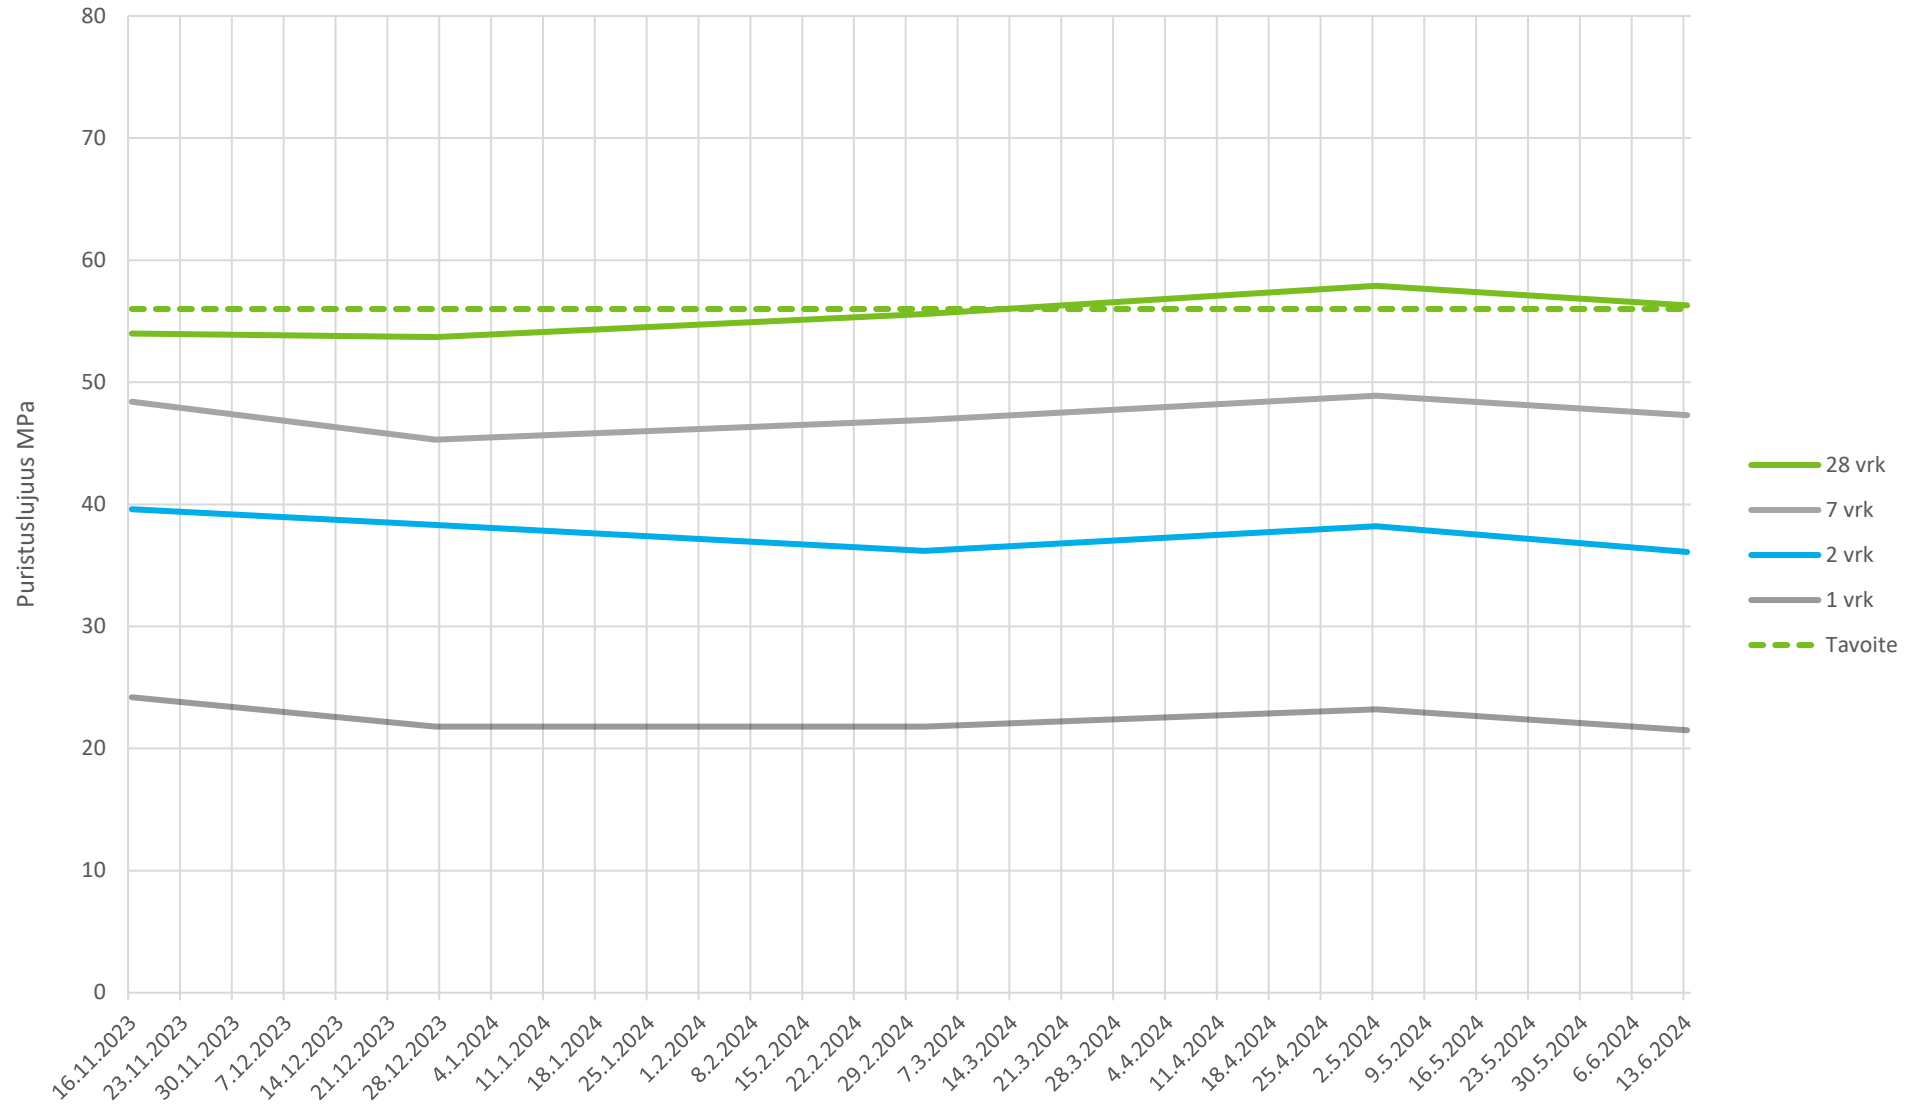


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

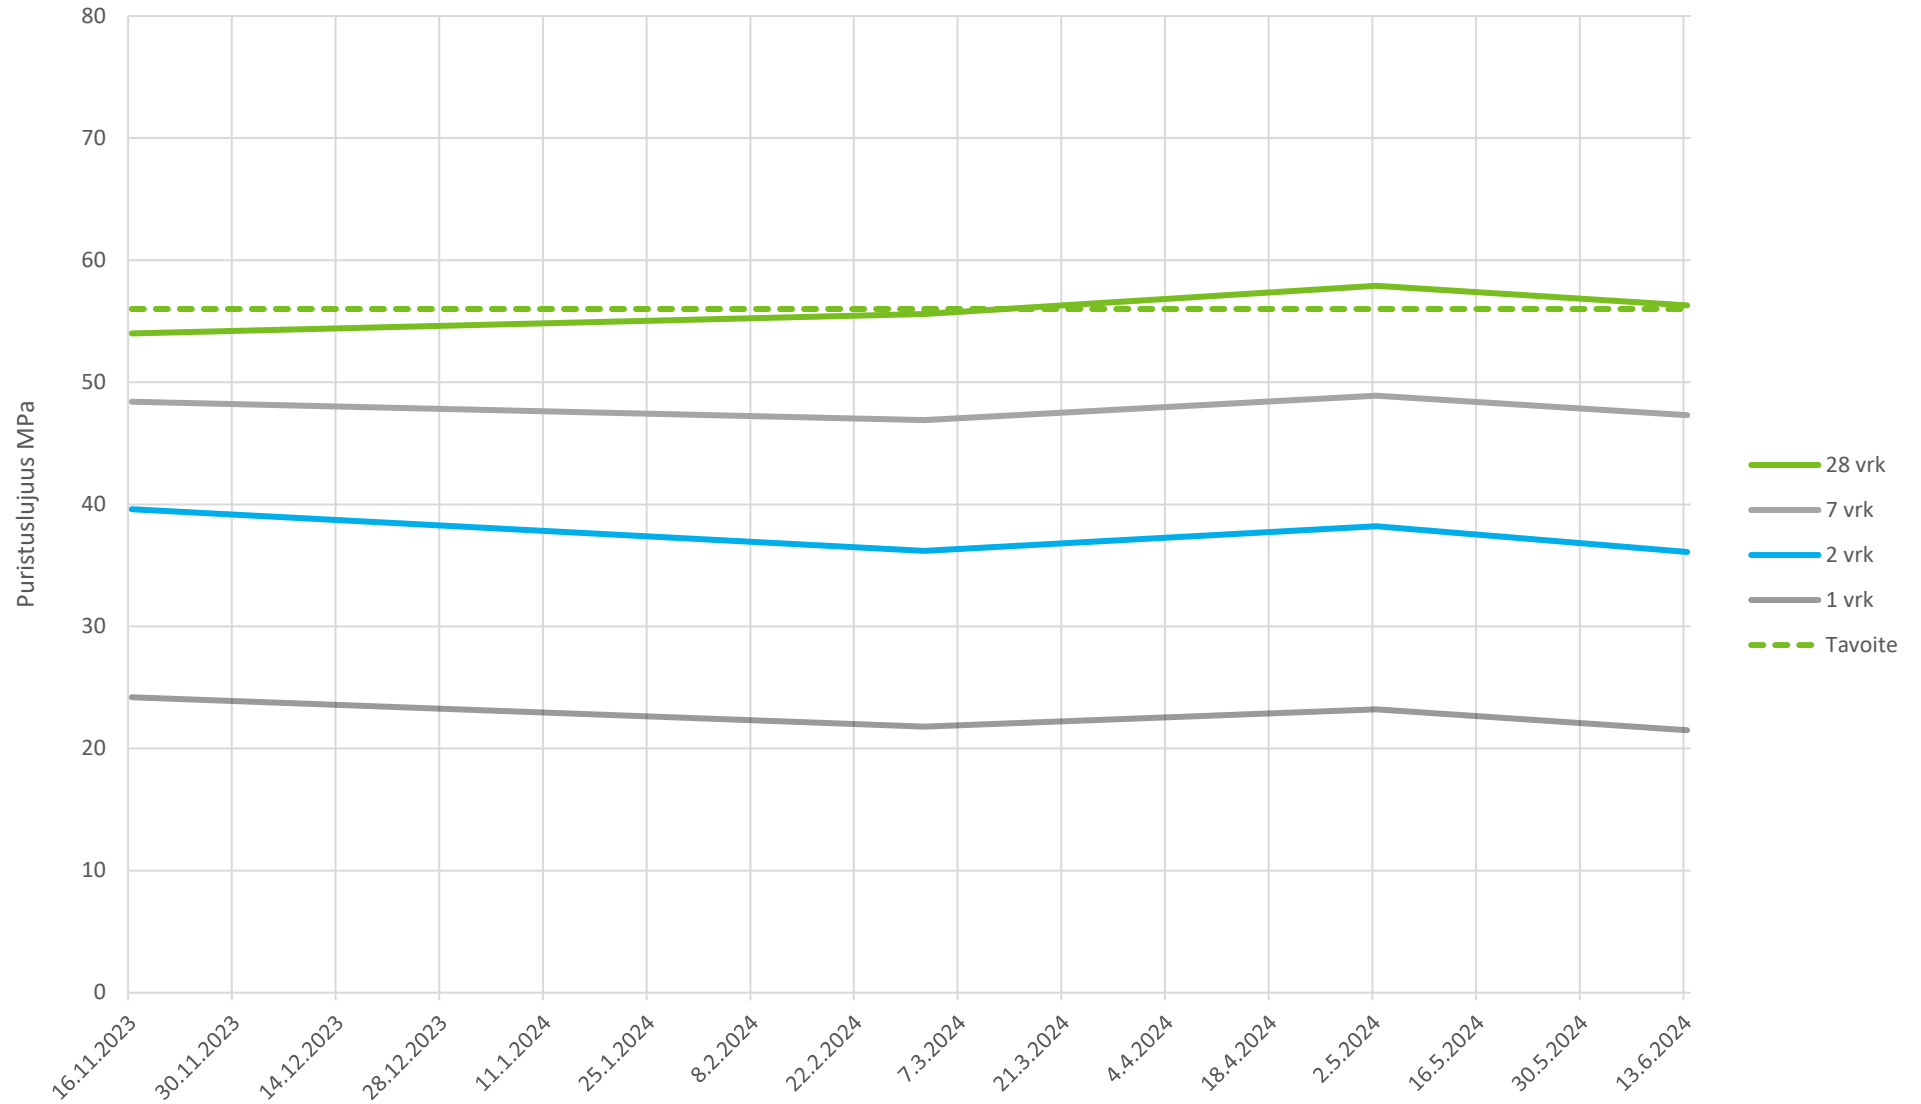

KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

