

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

Parainen	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	520	41	3	43	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	36	6	18	567
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	510	34	7	4	702
Pikasementti CEM I 52,5R	590	35	3	0	776
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	550	49	1	70	330***
LC-Ykkösementti CEM II/A-LL 42,5R	430	33	11	0	665***

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Jarkko Riepponen	0201 206 437	Sini Ruokonen	0201 206 209
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339

Vuoden viimeinen laatuinfo viikolla 51 /2024

vko 51
pvm 19.12.2024

Lappeenranta	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	33	10	11	526
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	31	7	0	660
Pikasementti CEM I 52,5R	570	30	1	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	380	21	2	0	711
Koverhar	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	400	82	0	0	1100

* viimeisimmän laivauserän tulokset


** voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

*** väliaikainen arvio

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

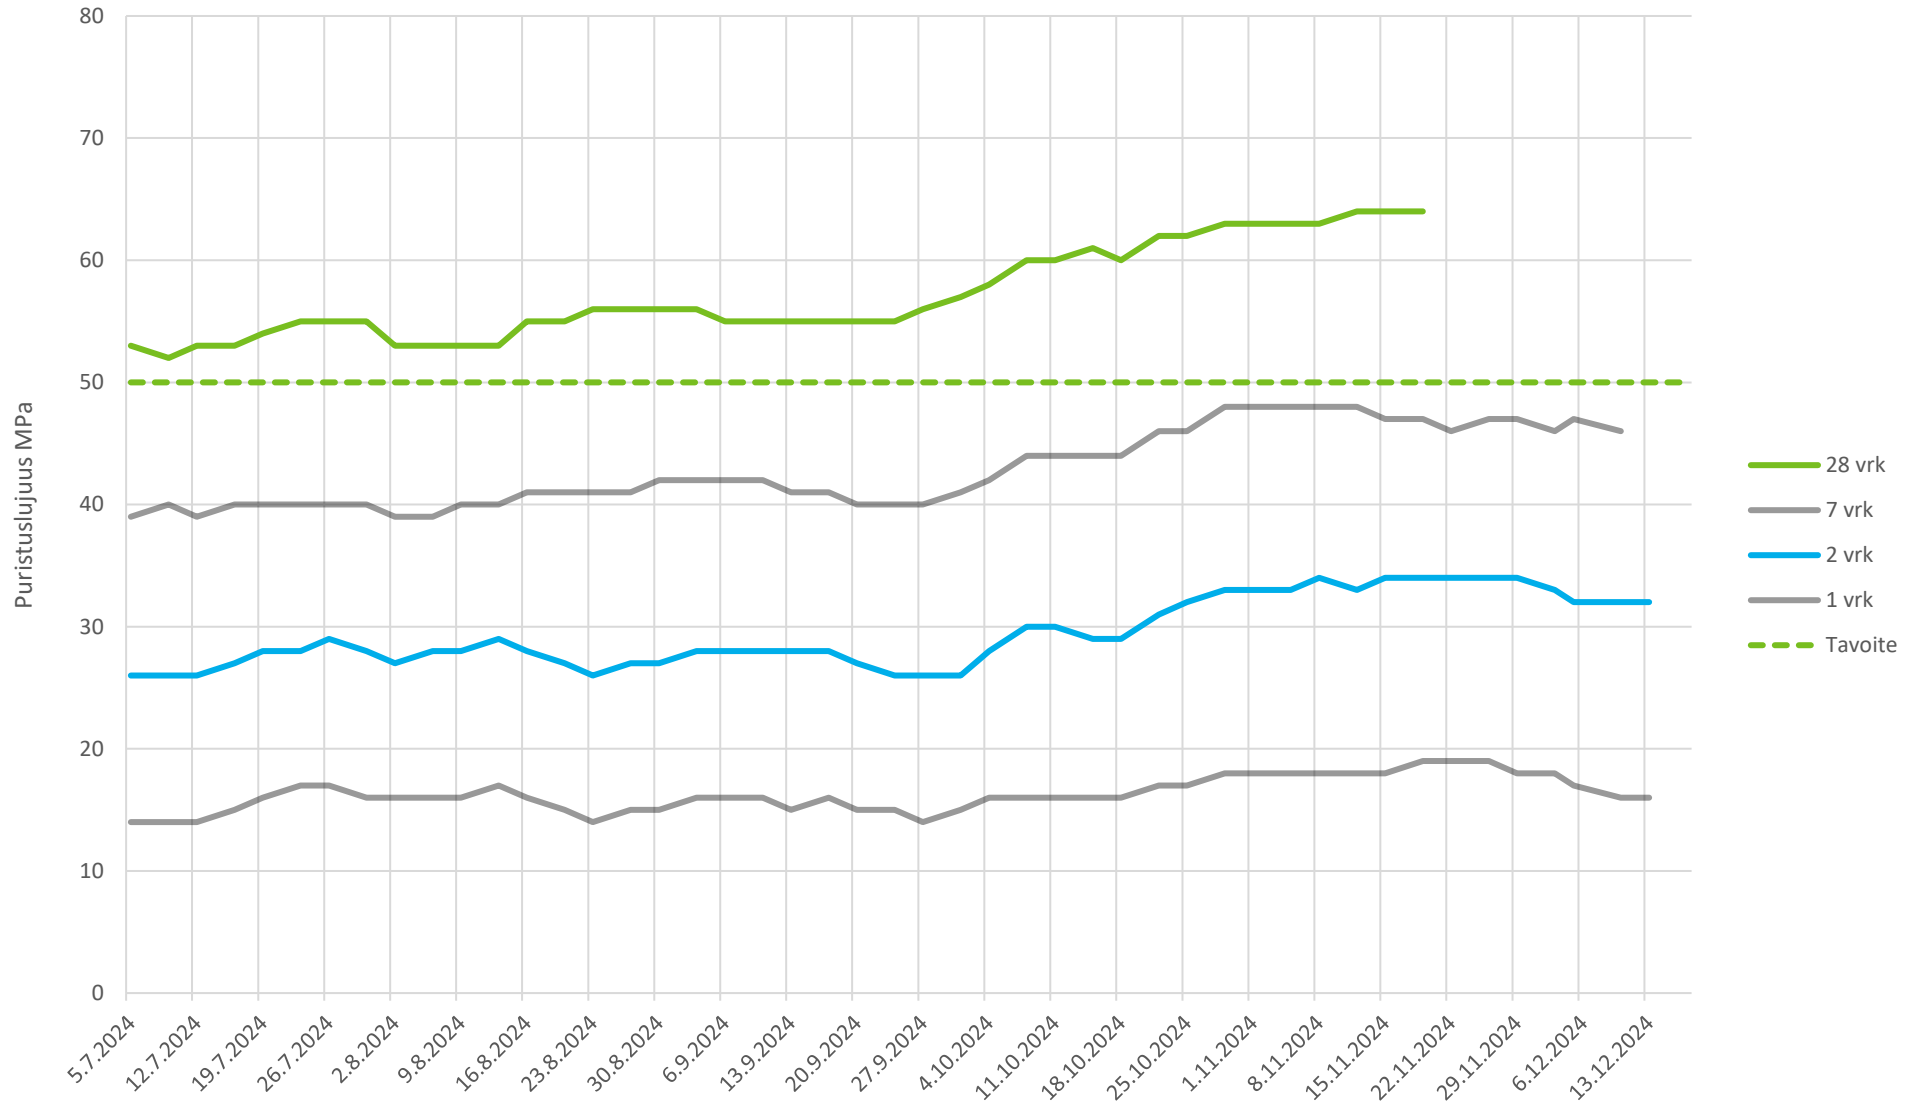


Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

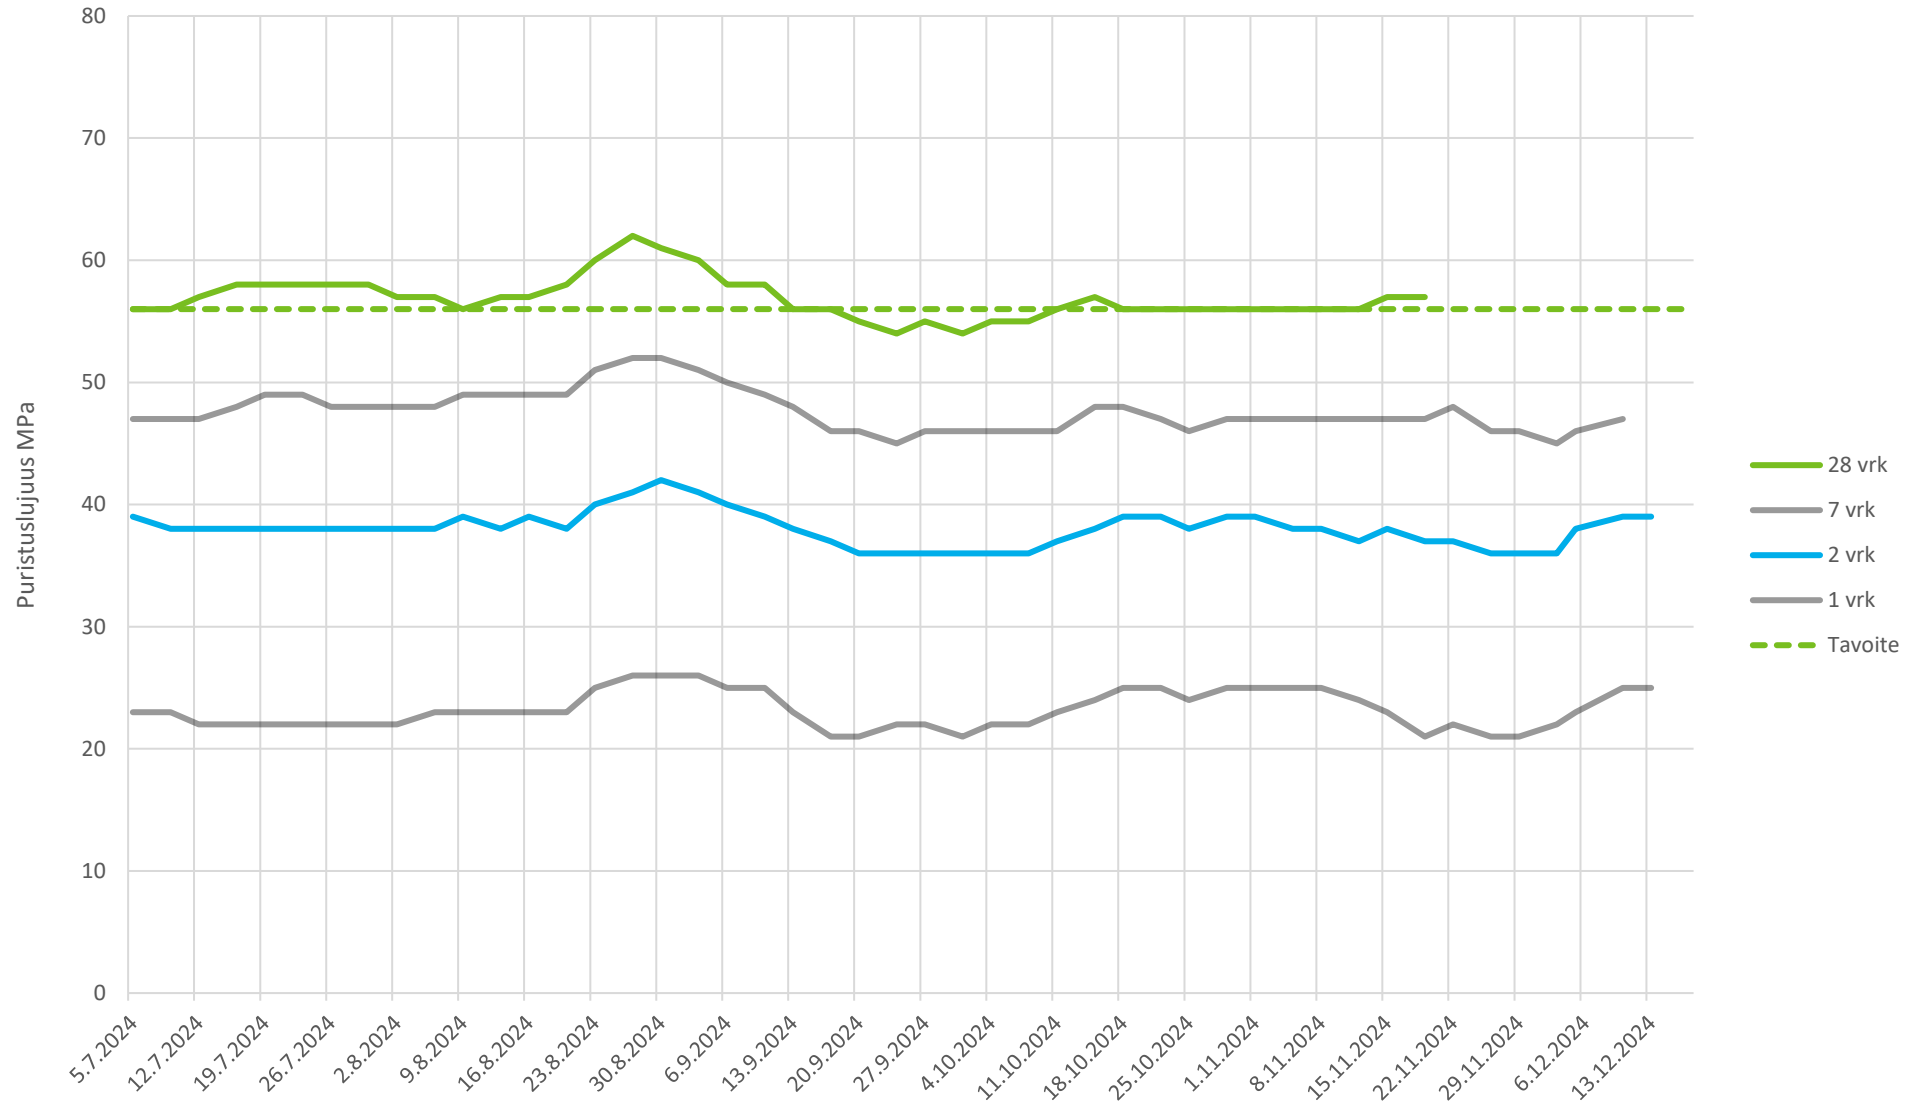


Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

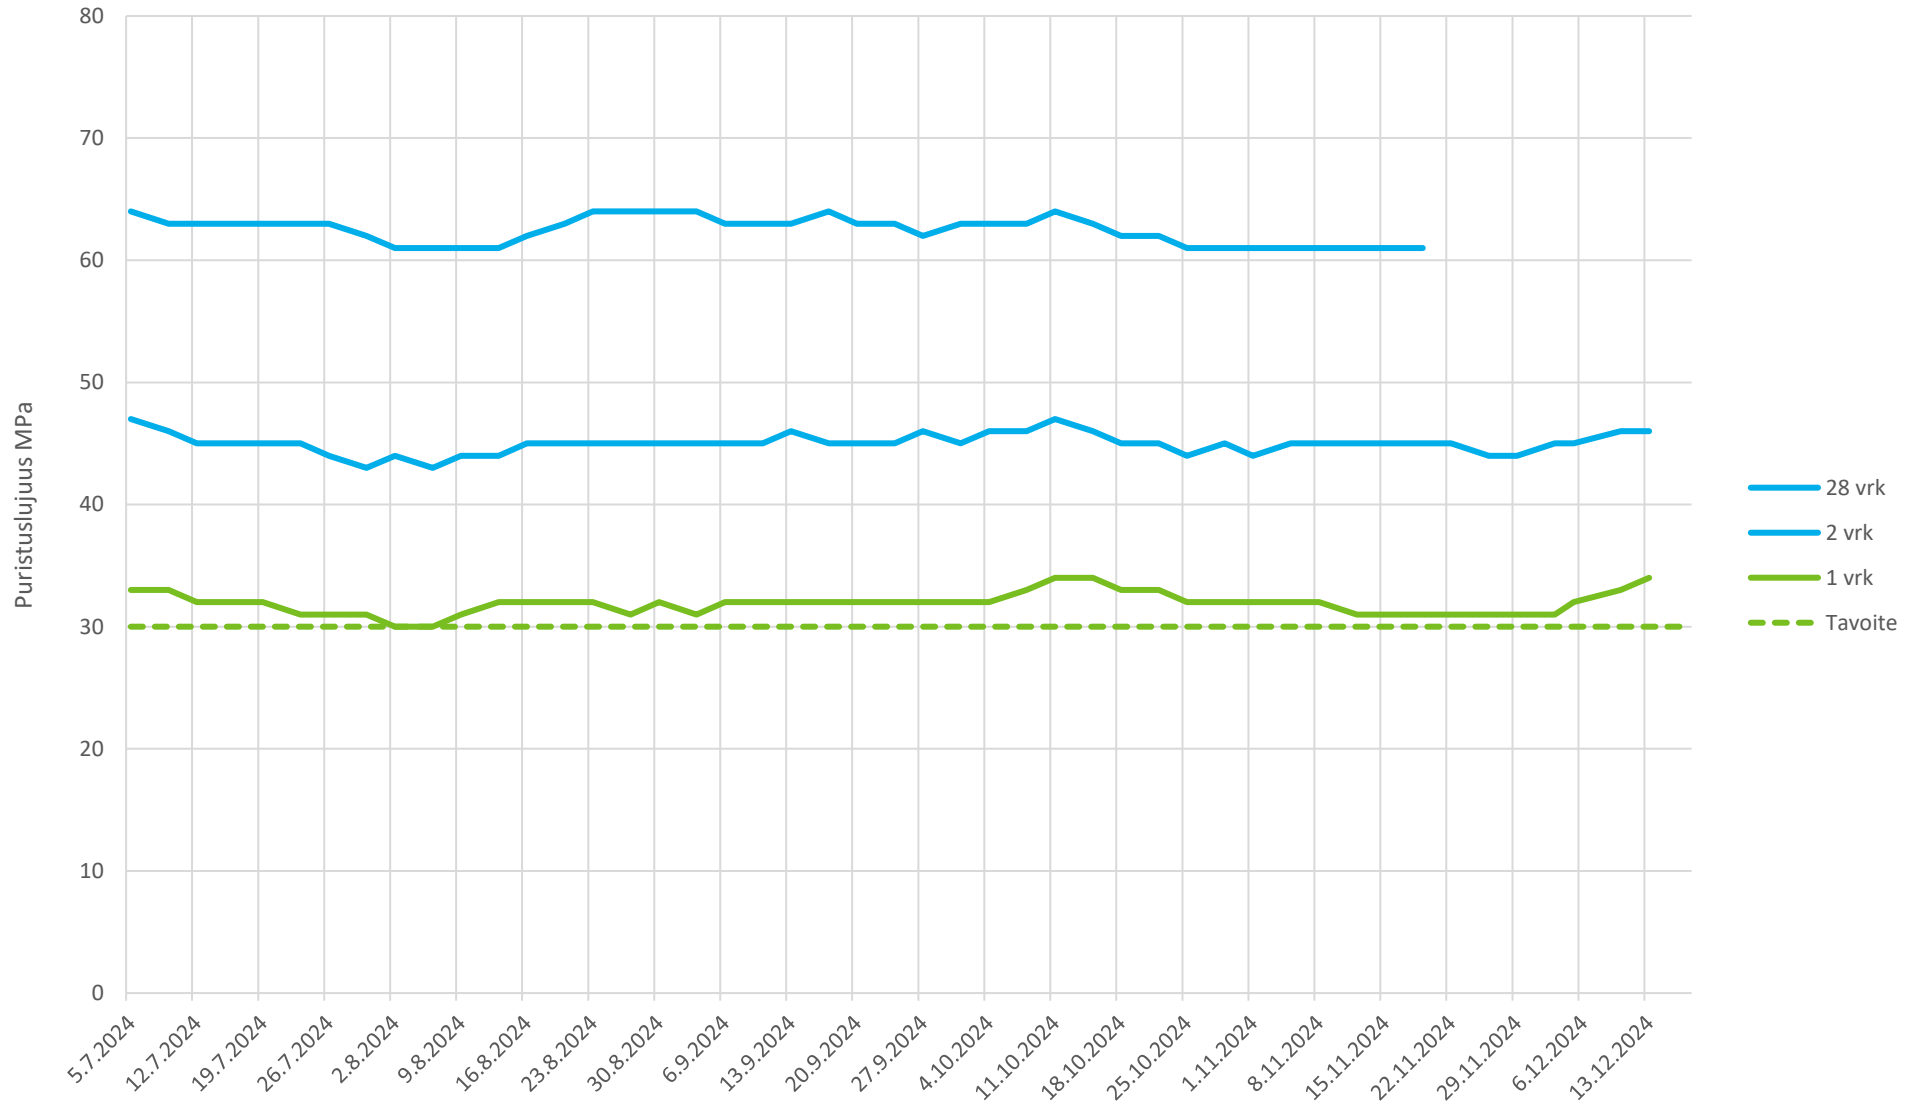


Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

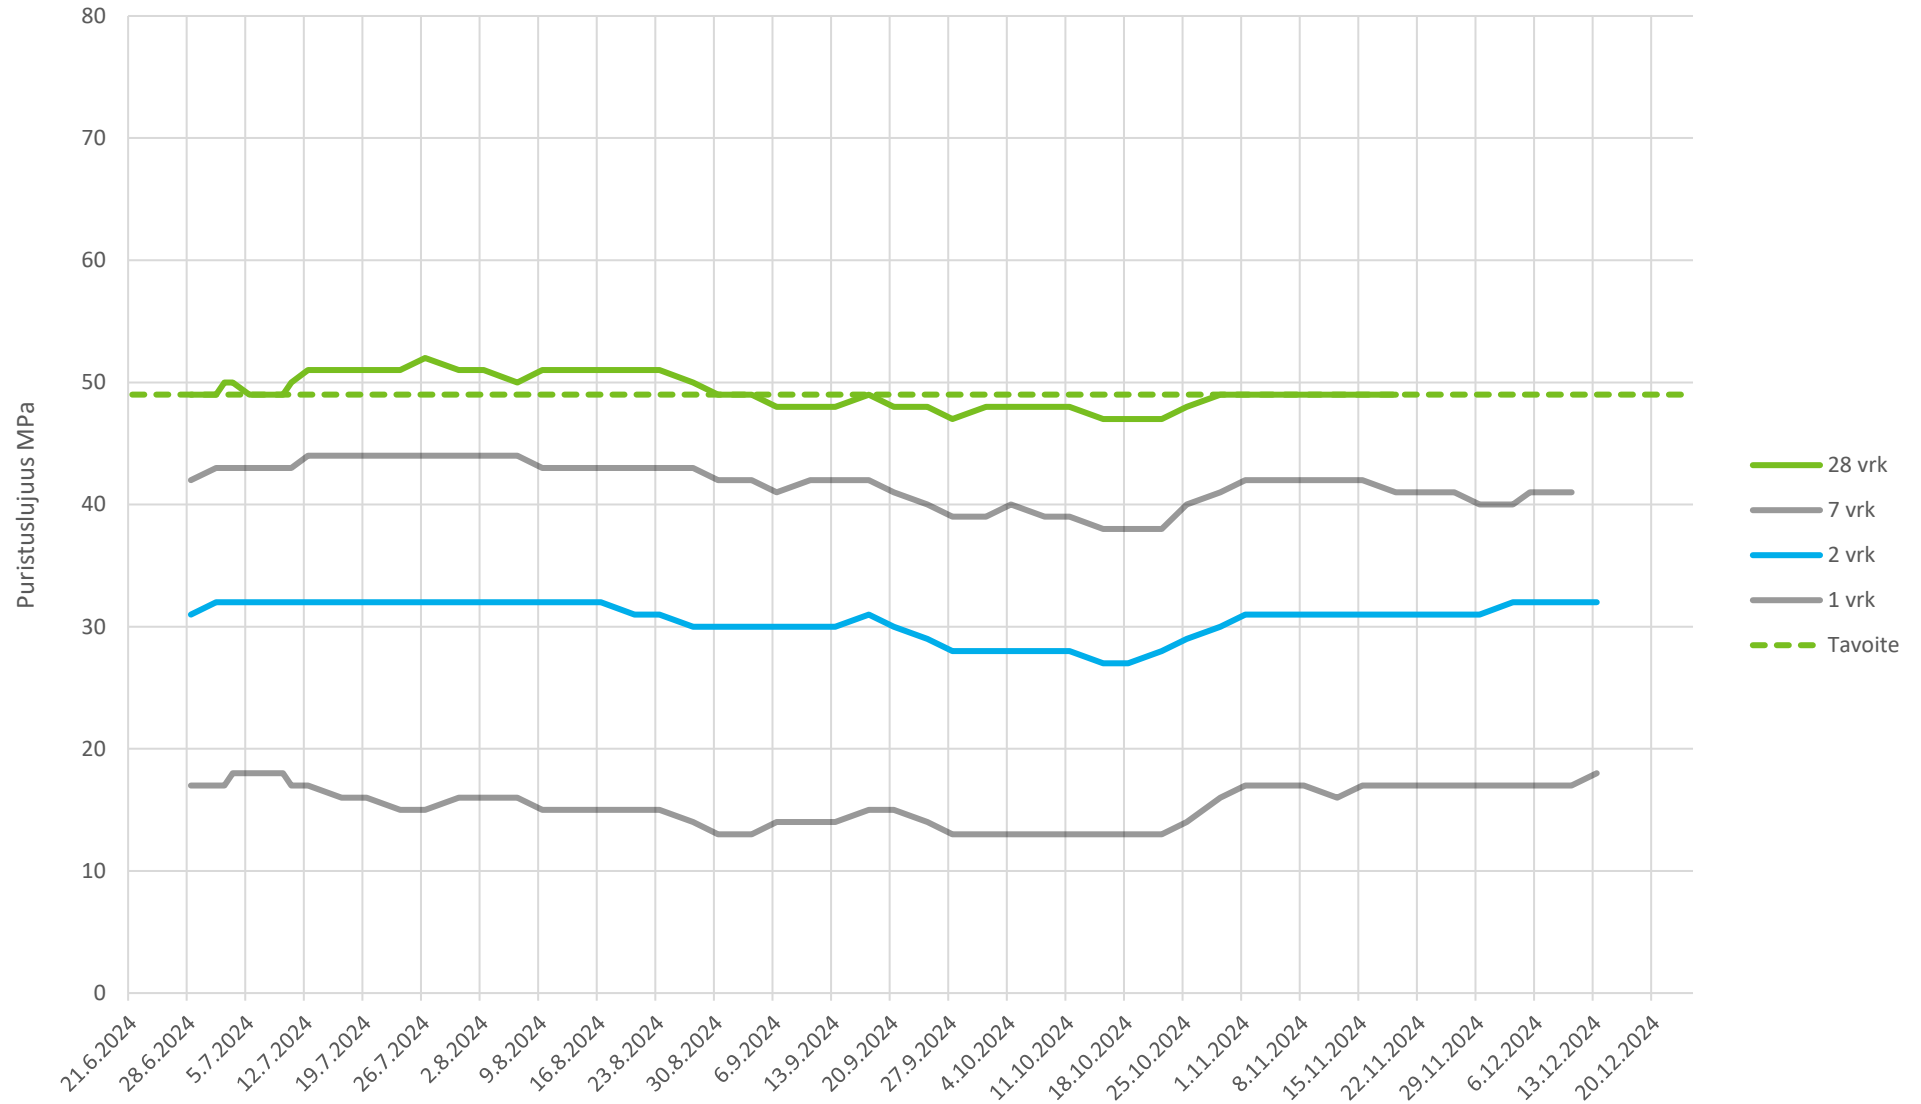


Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

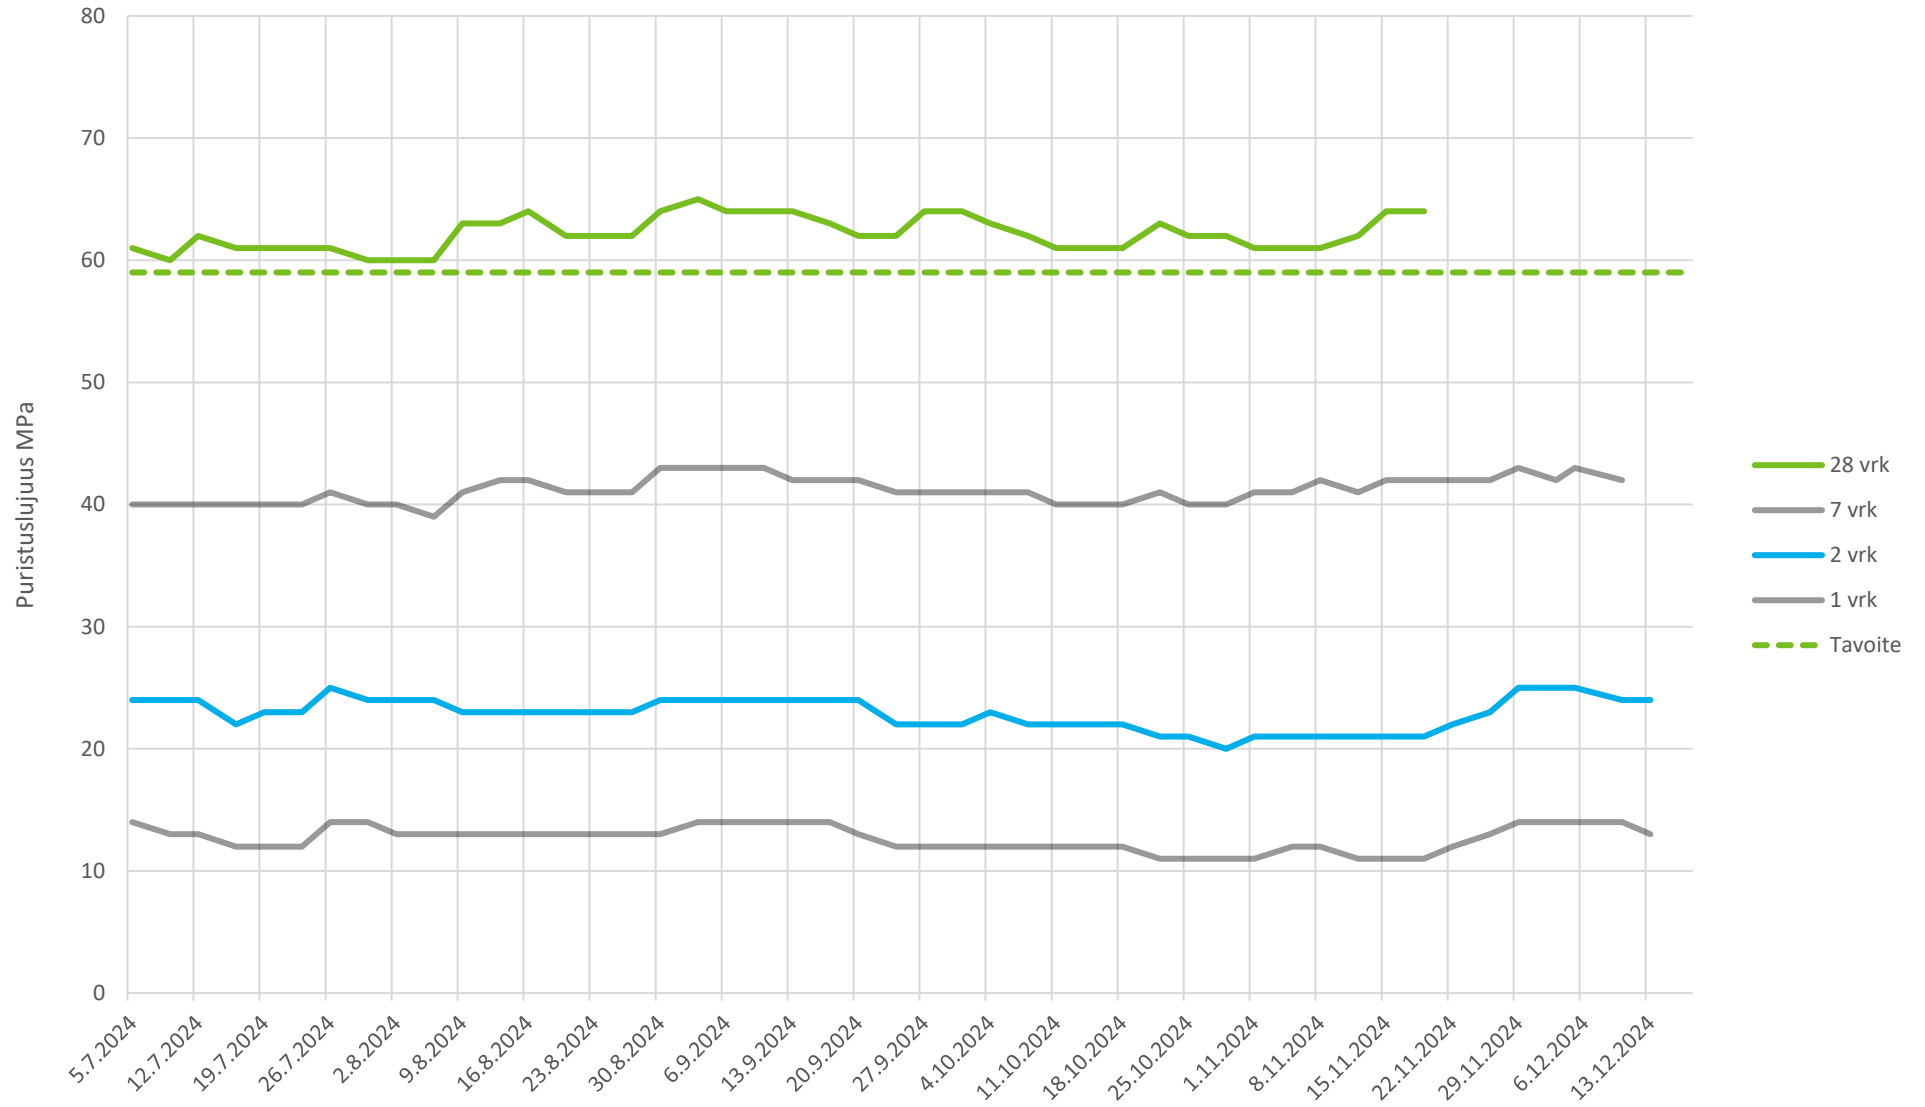

Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk

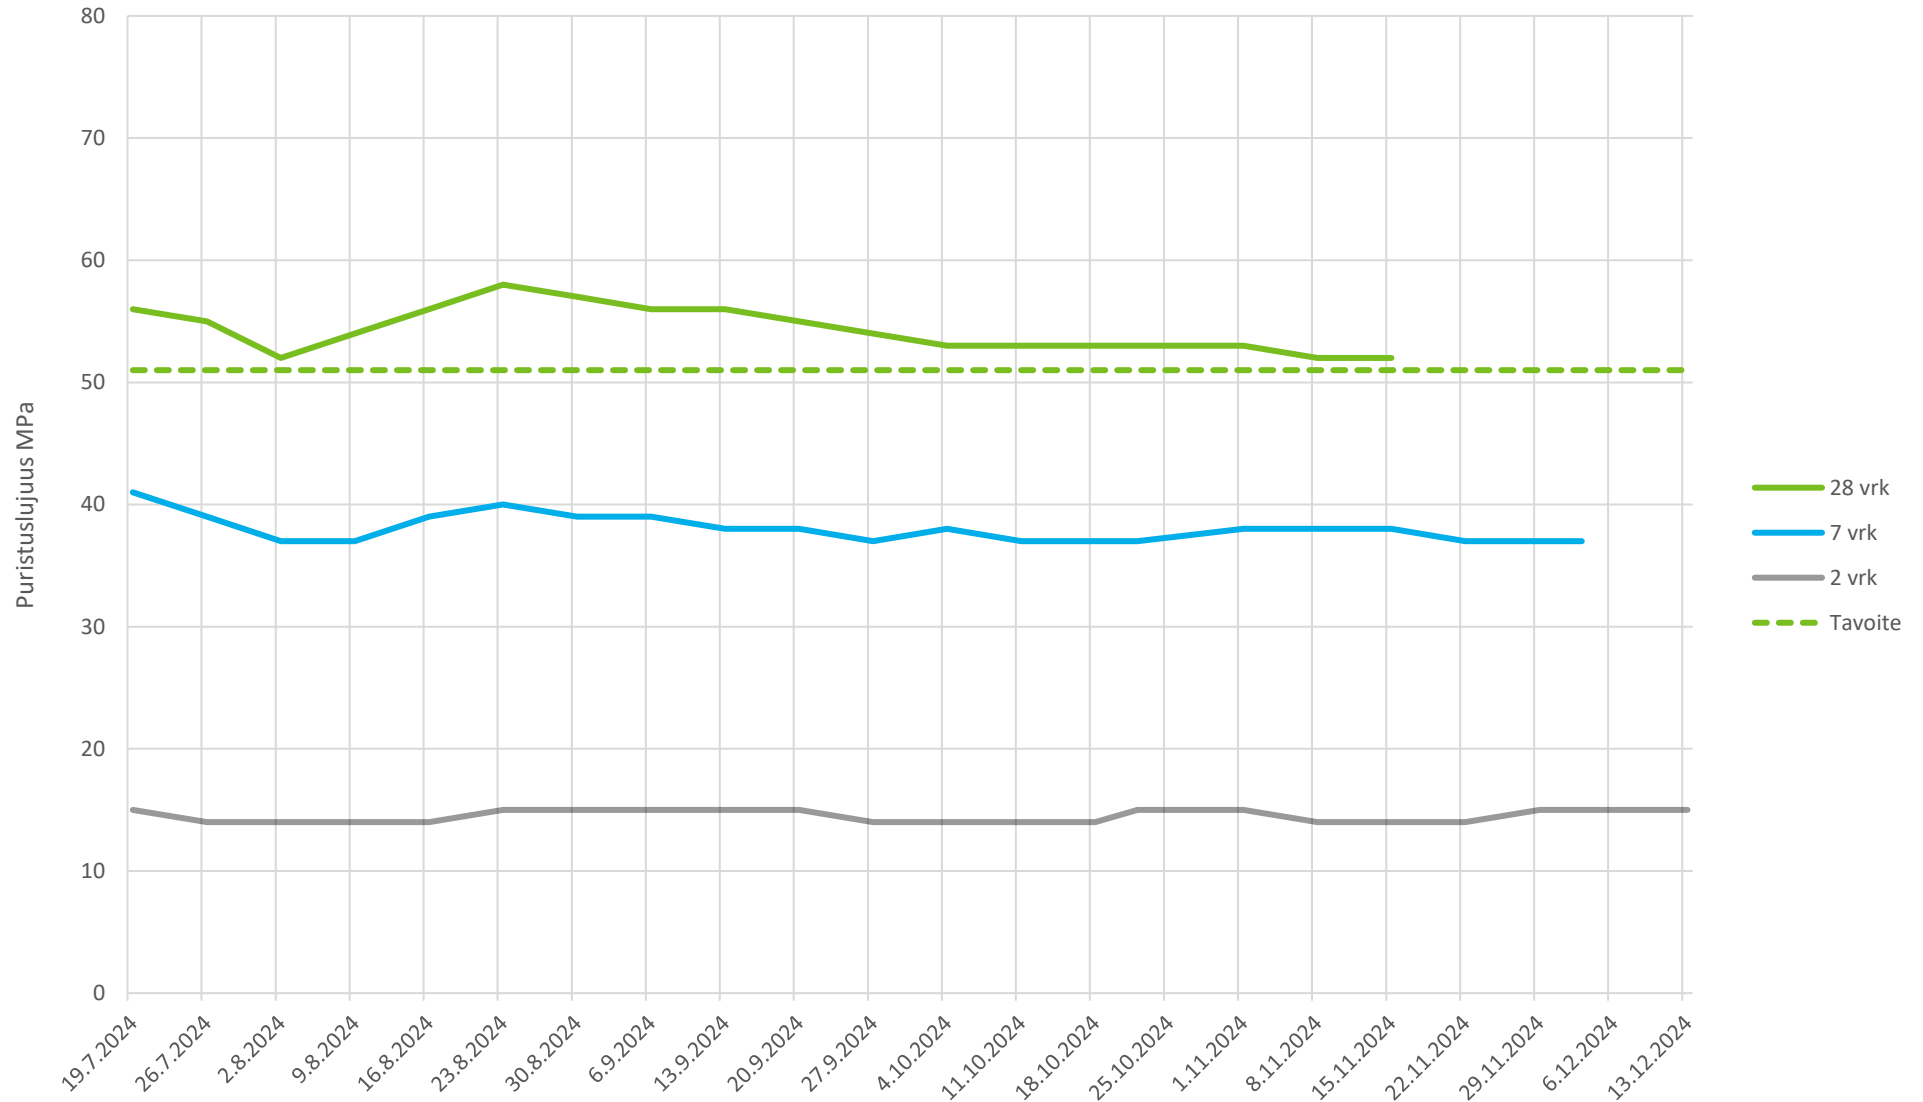


Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

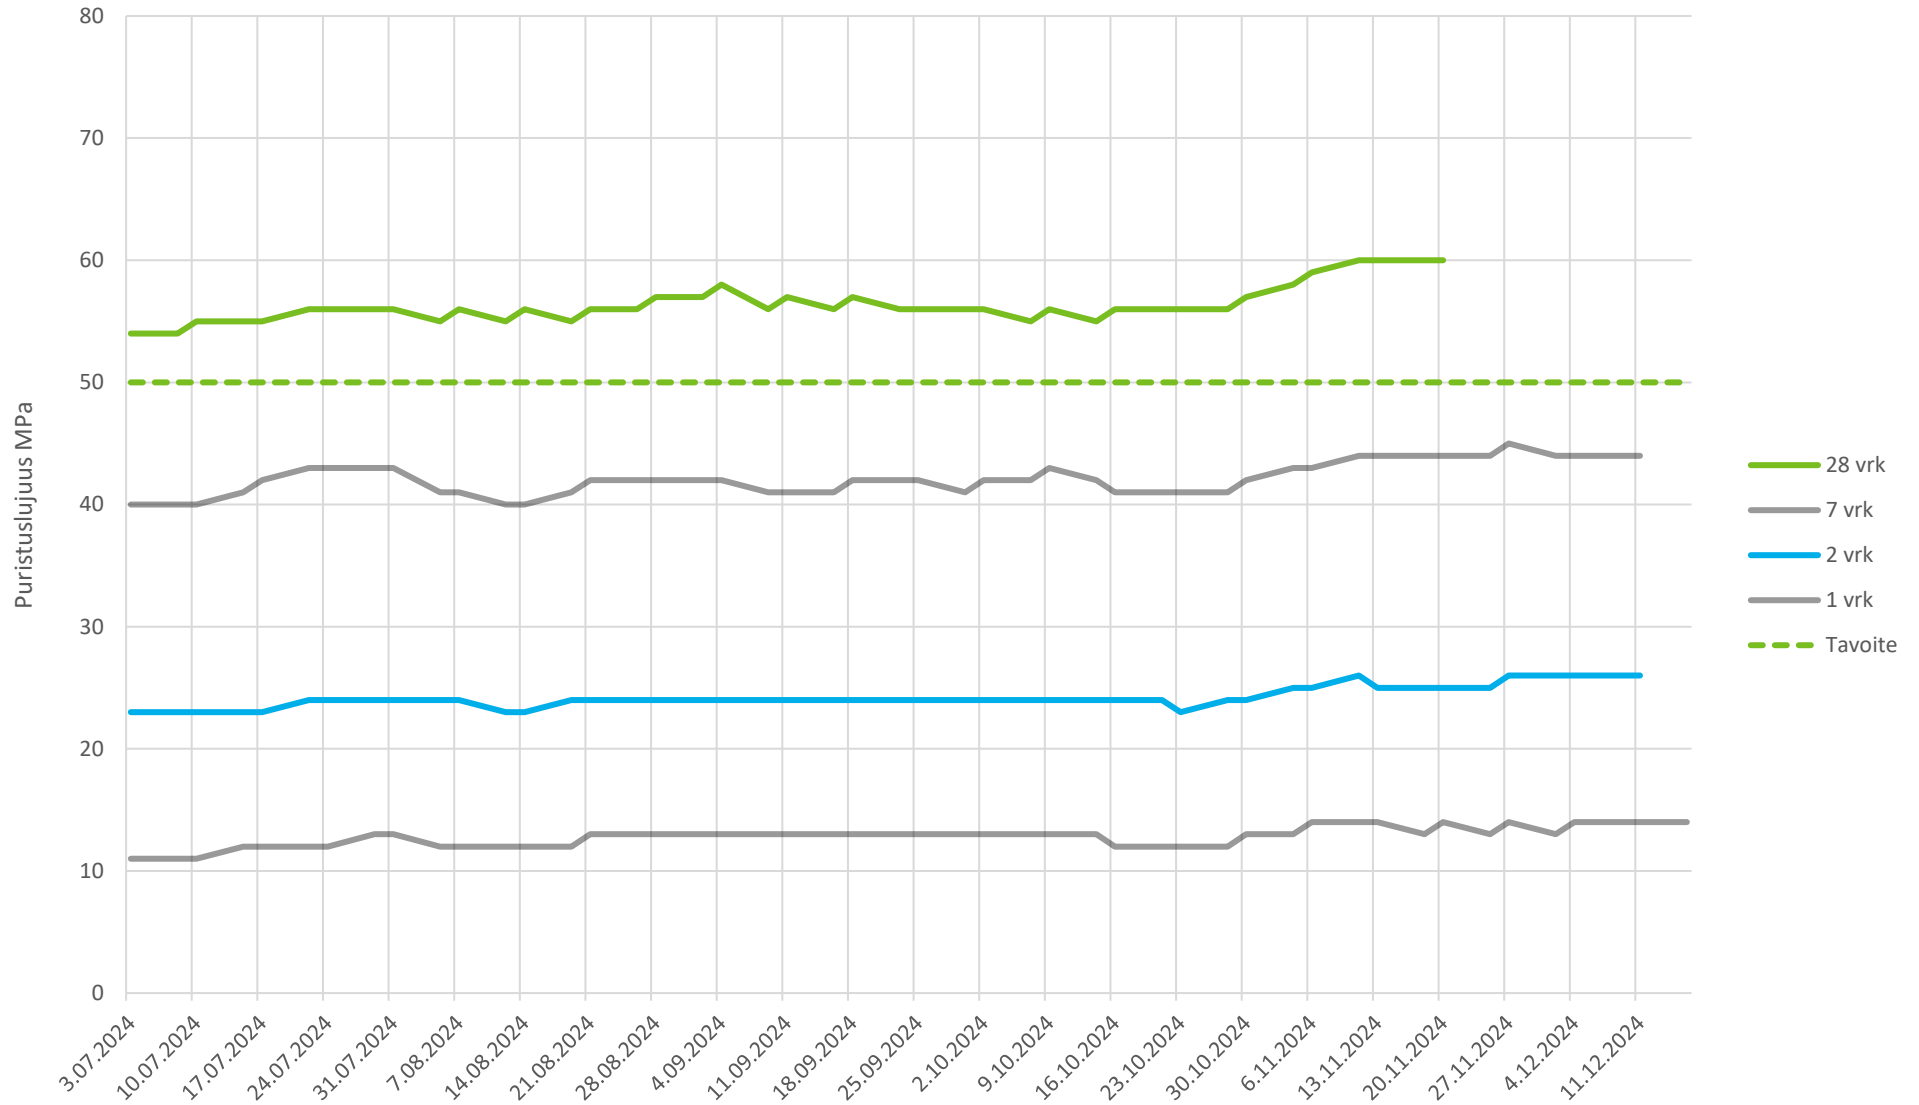


Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

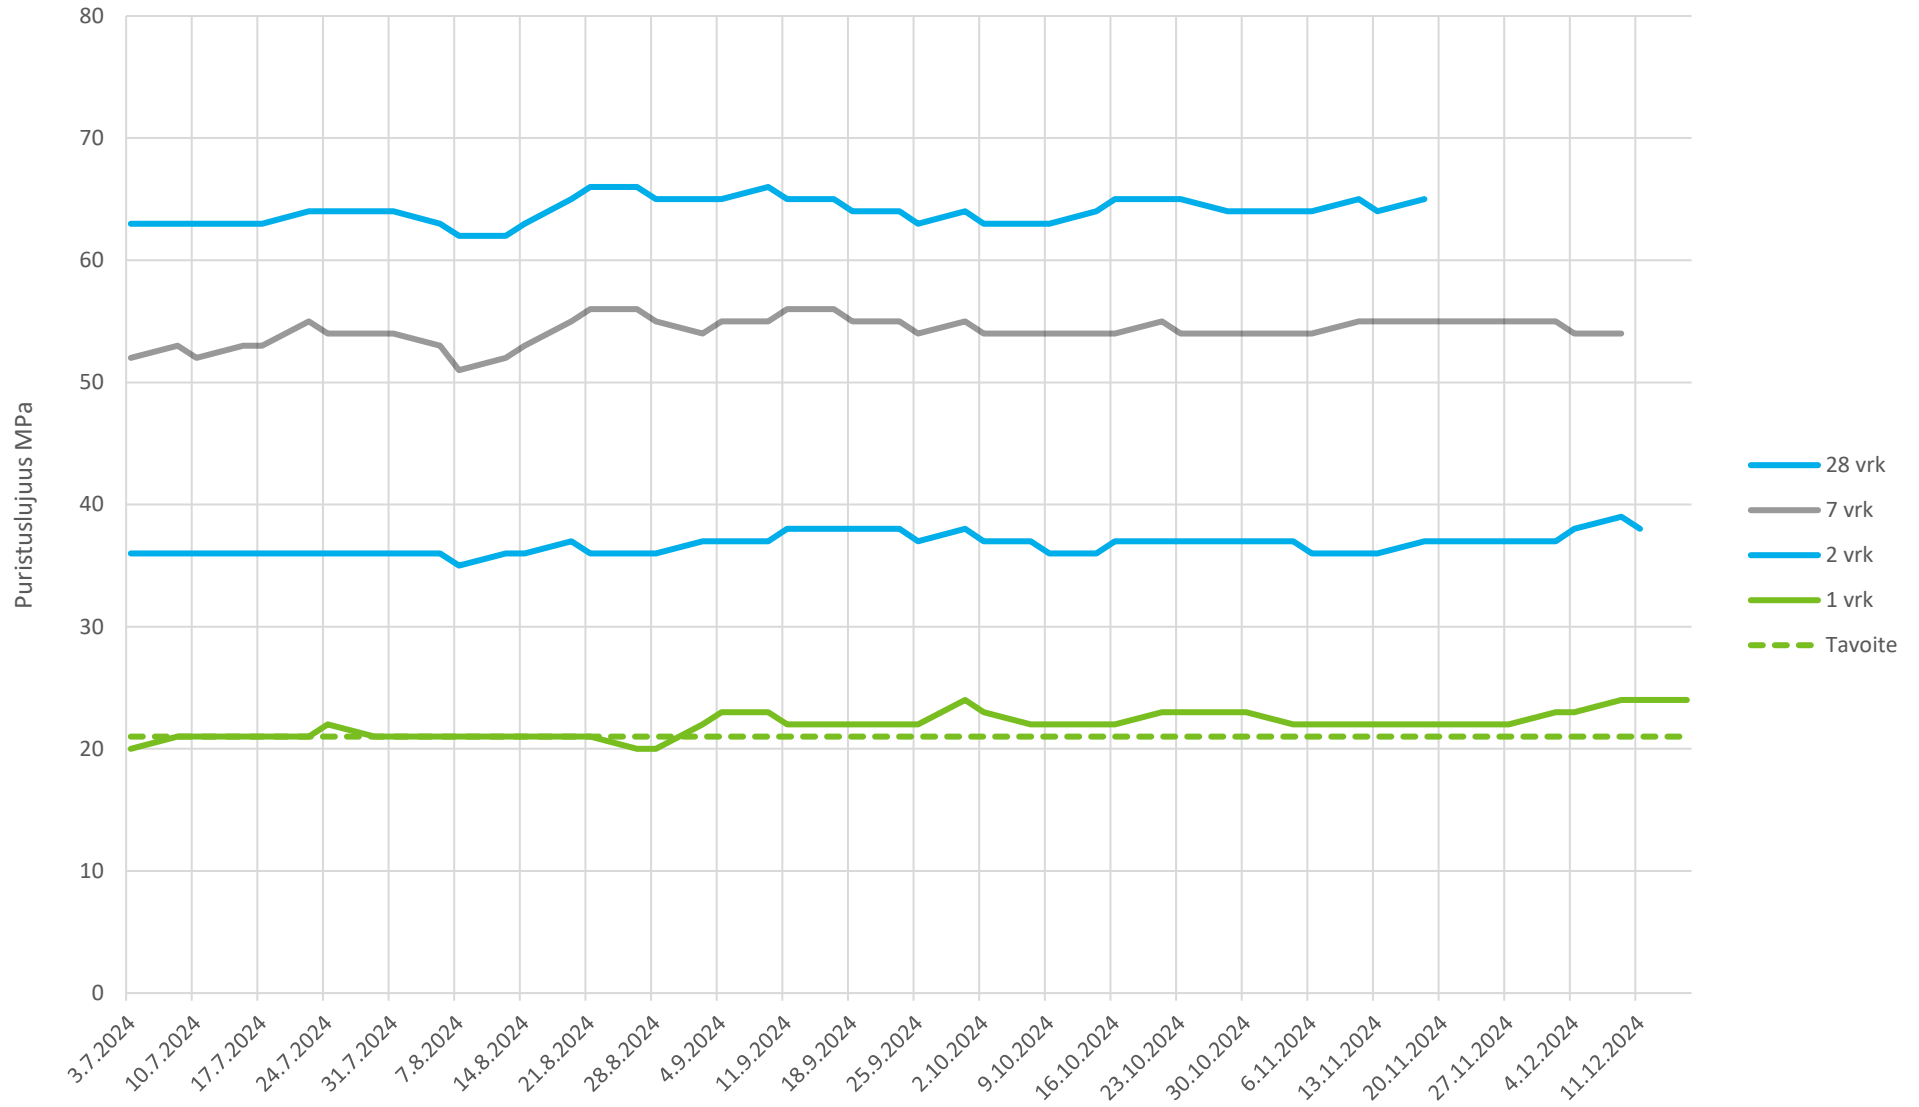


Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

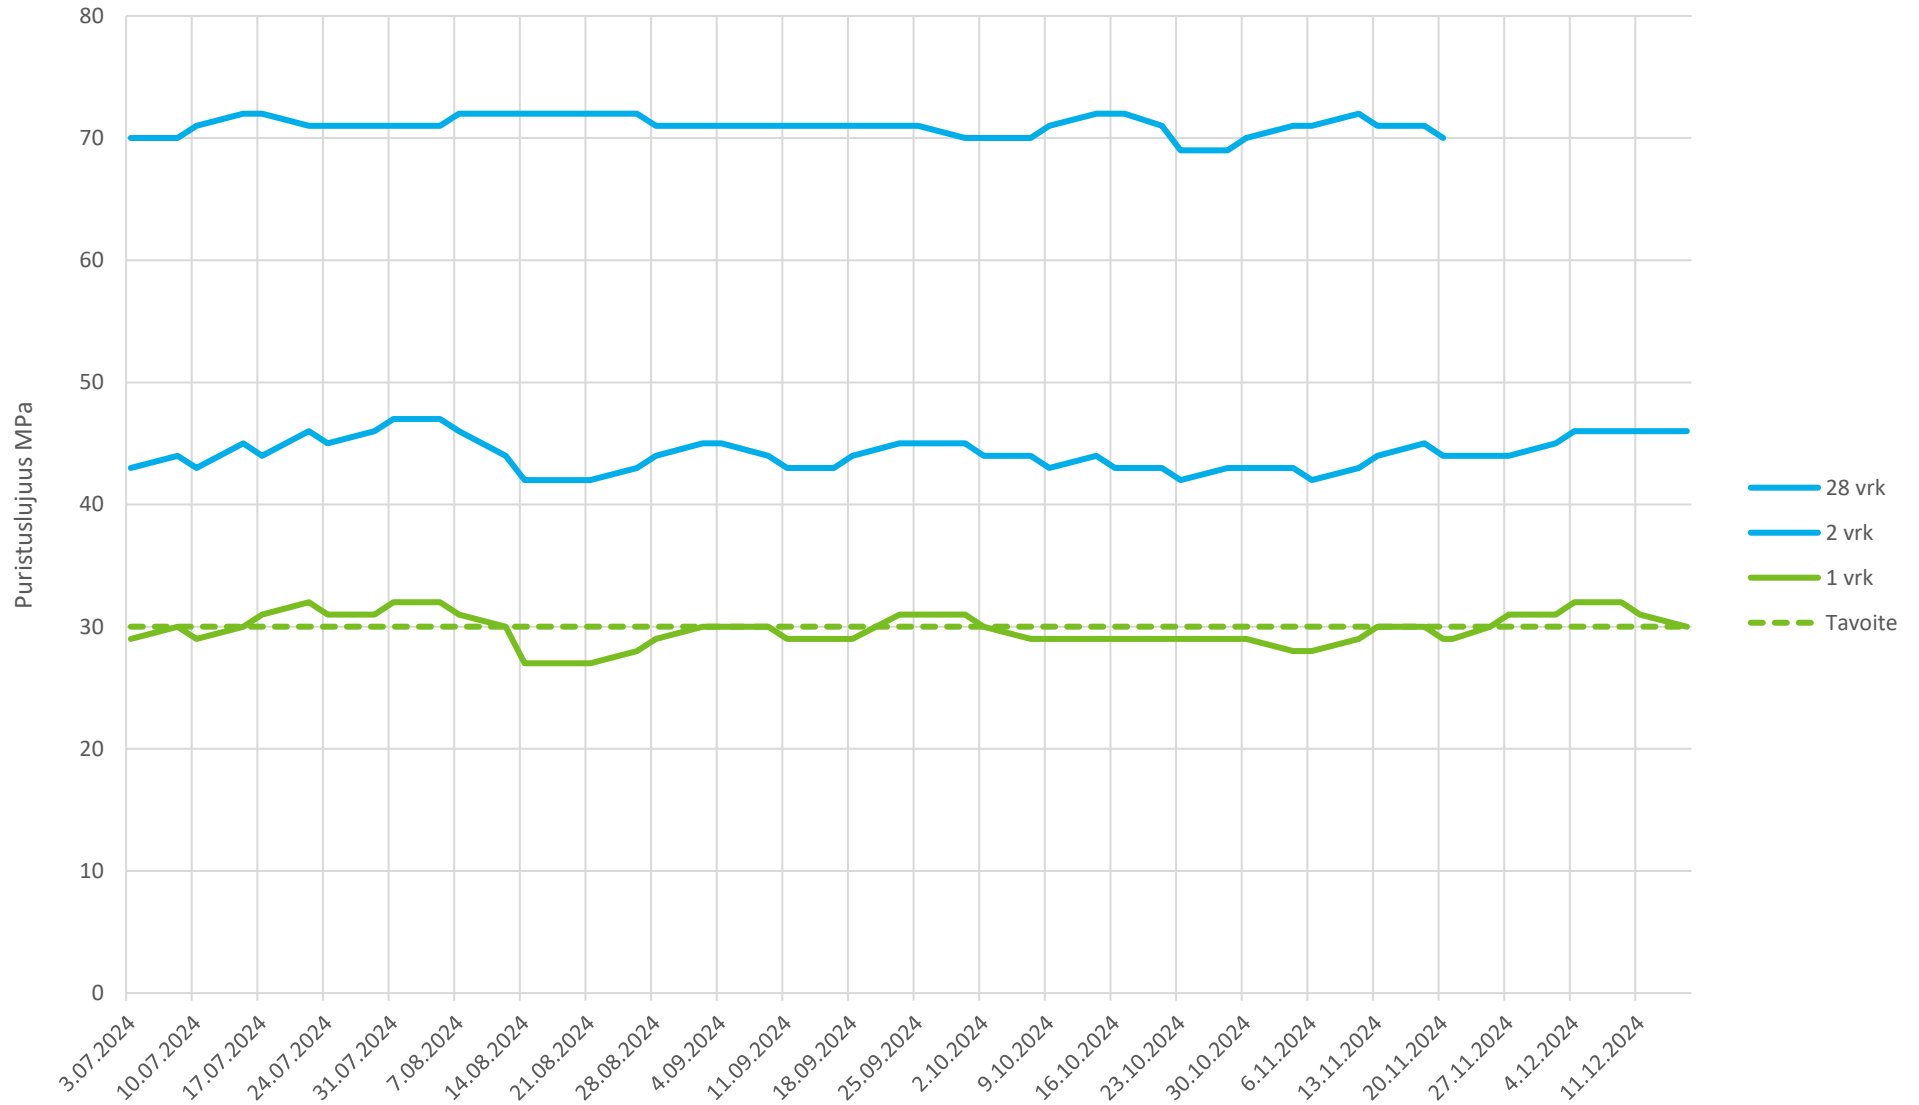


Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

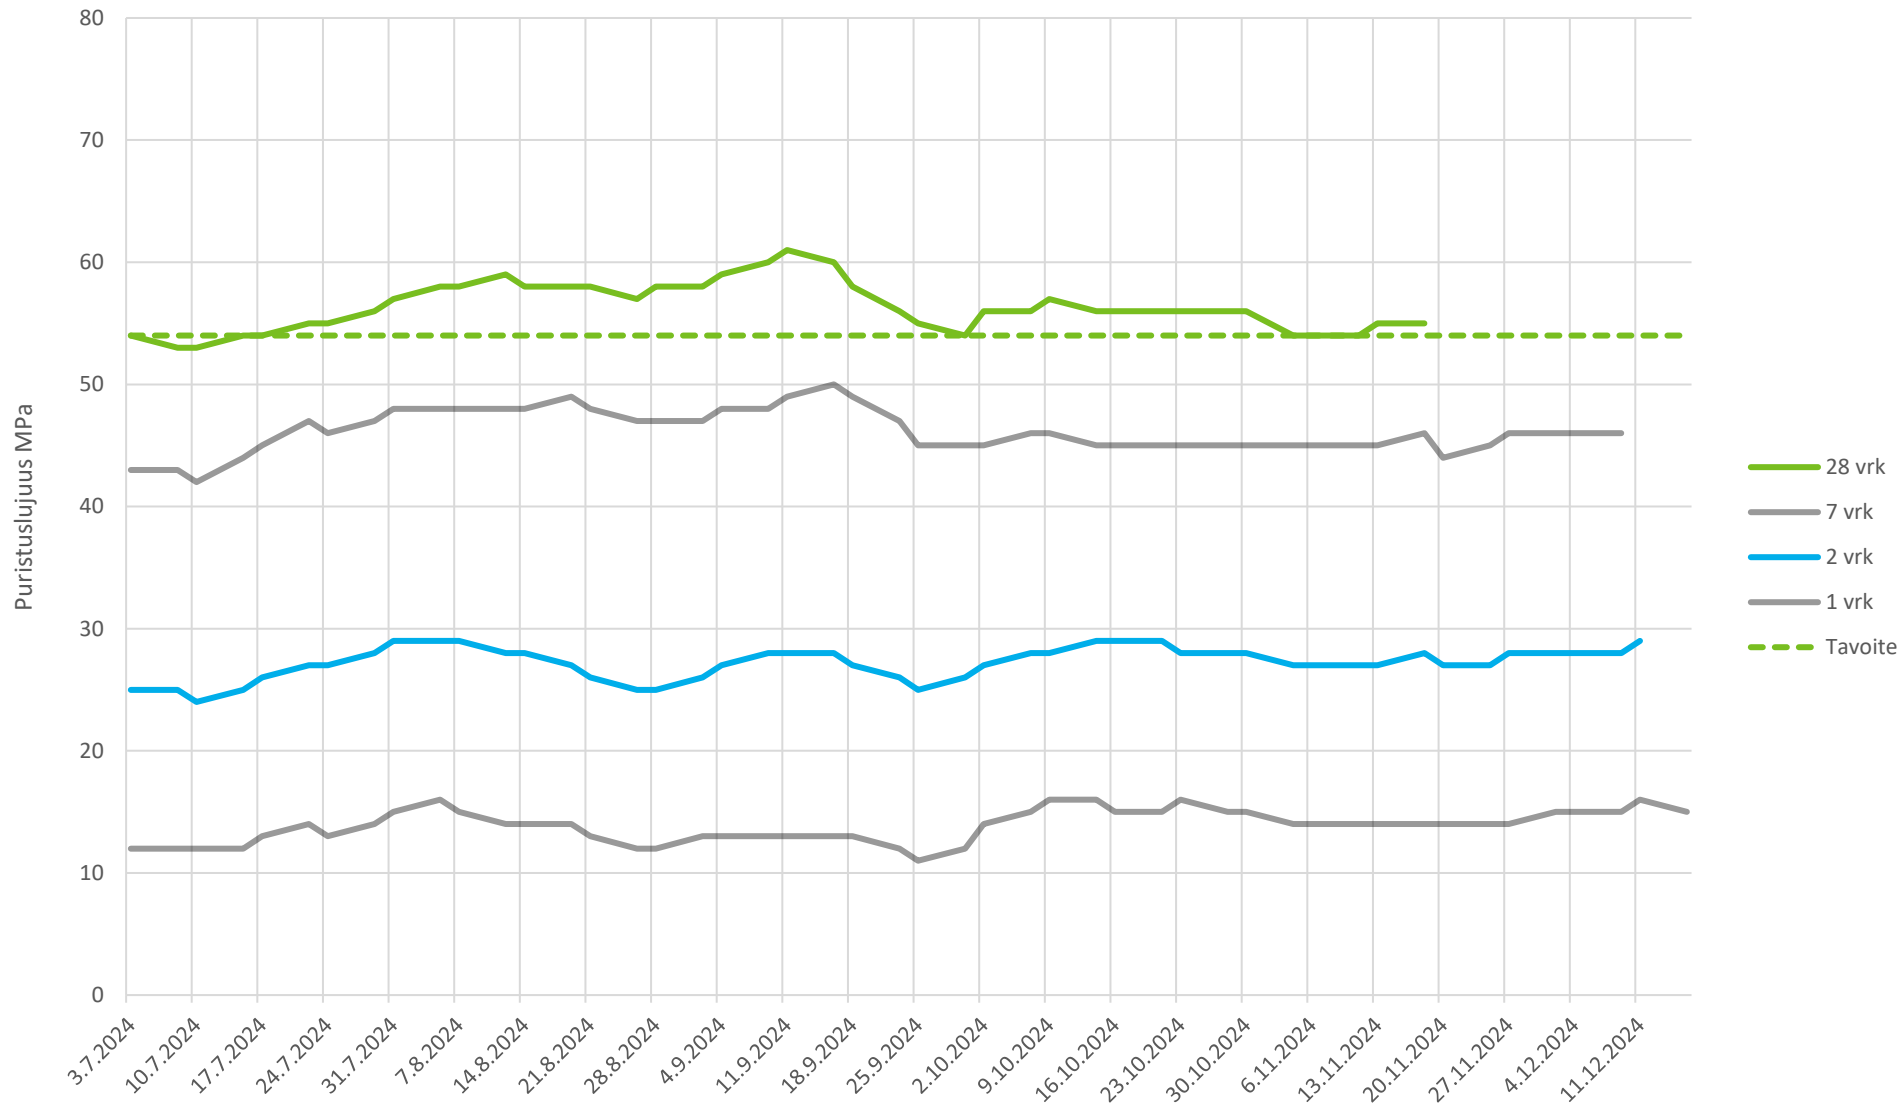


Oiva-sementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

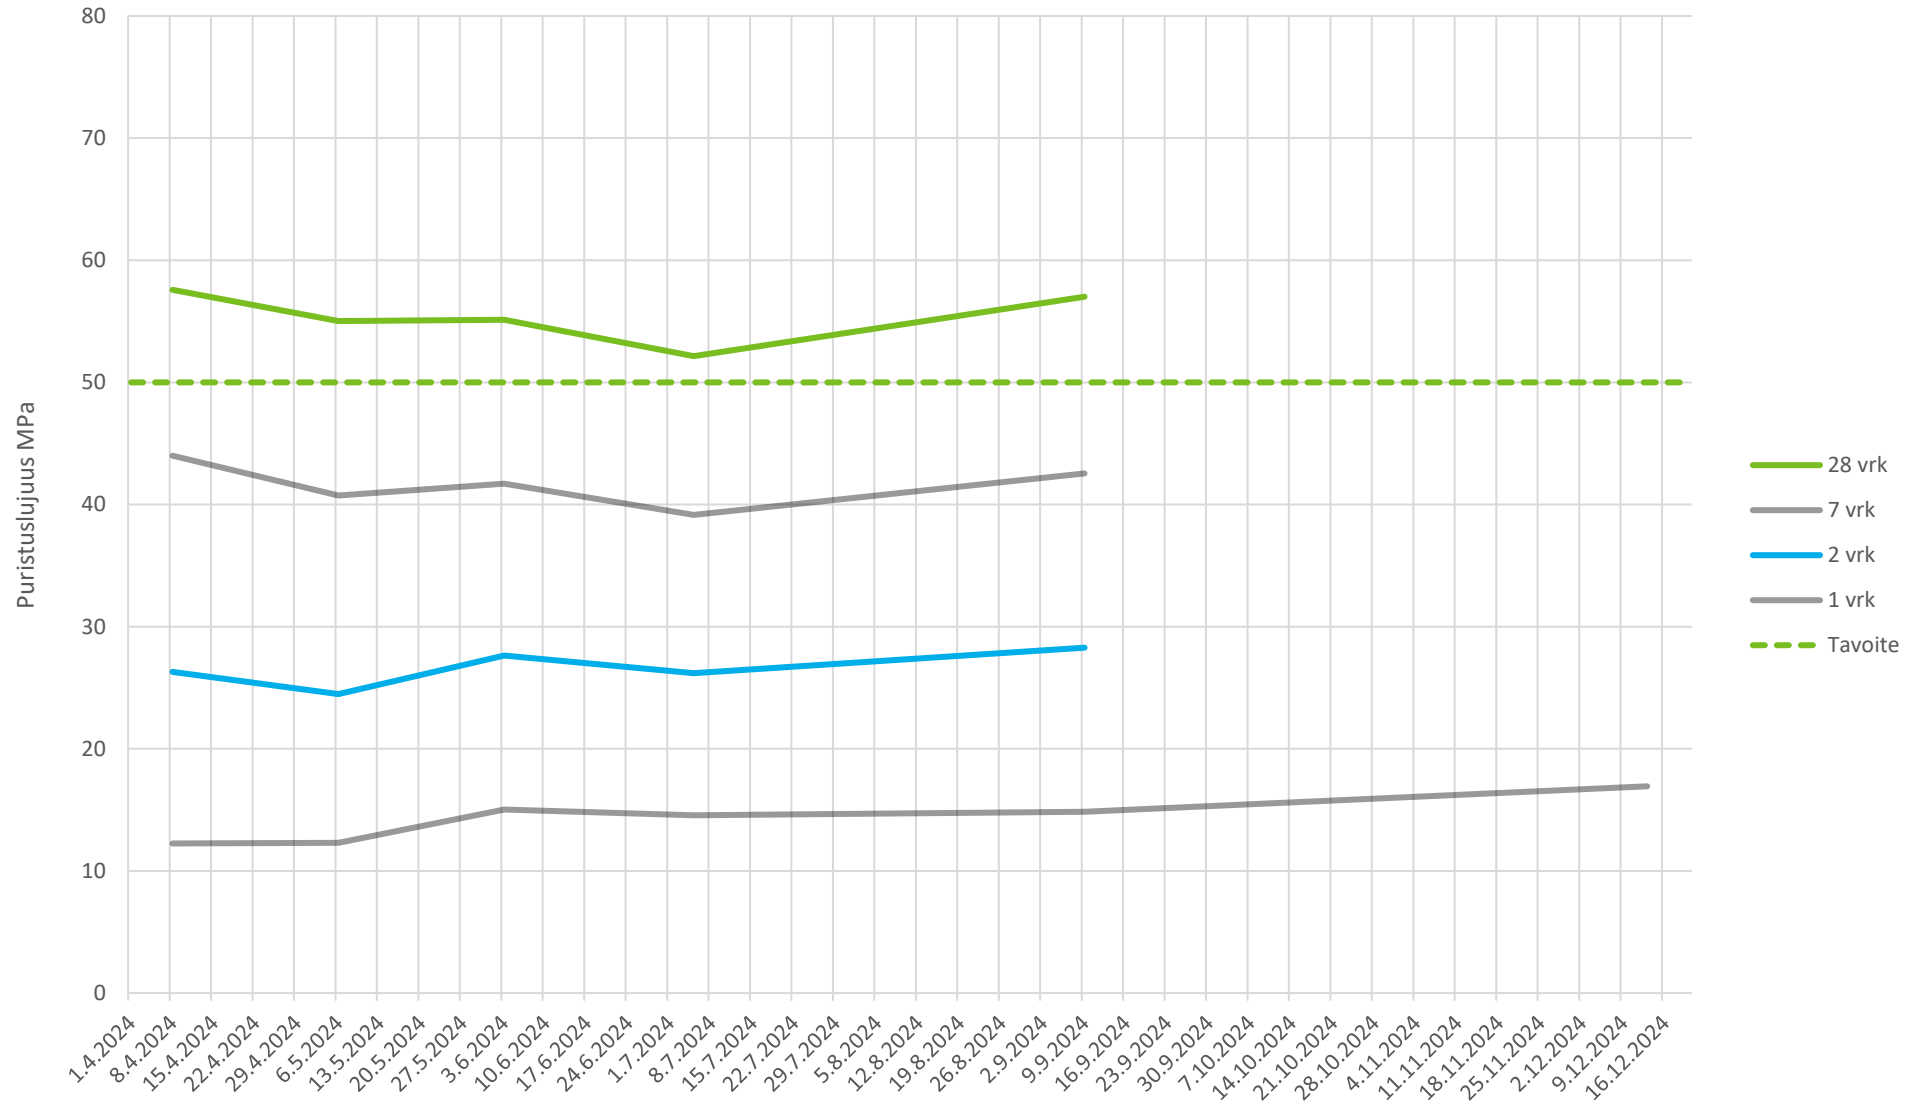


Pikasementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

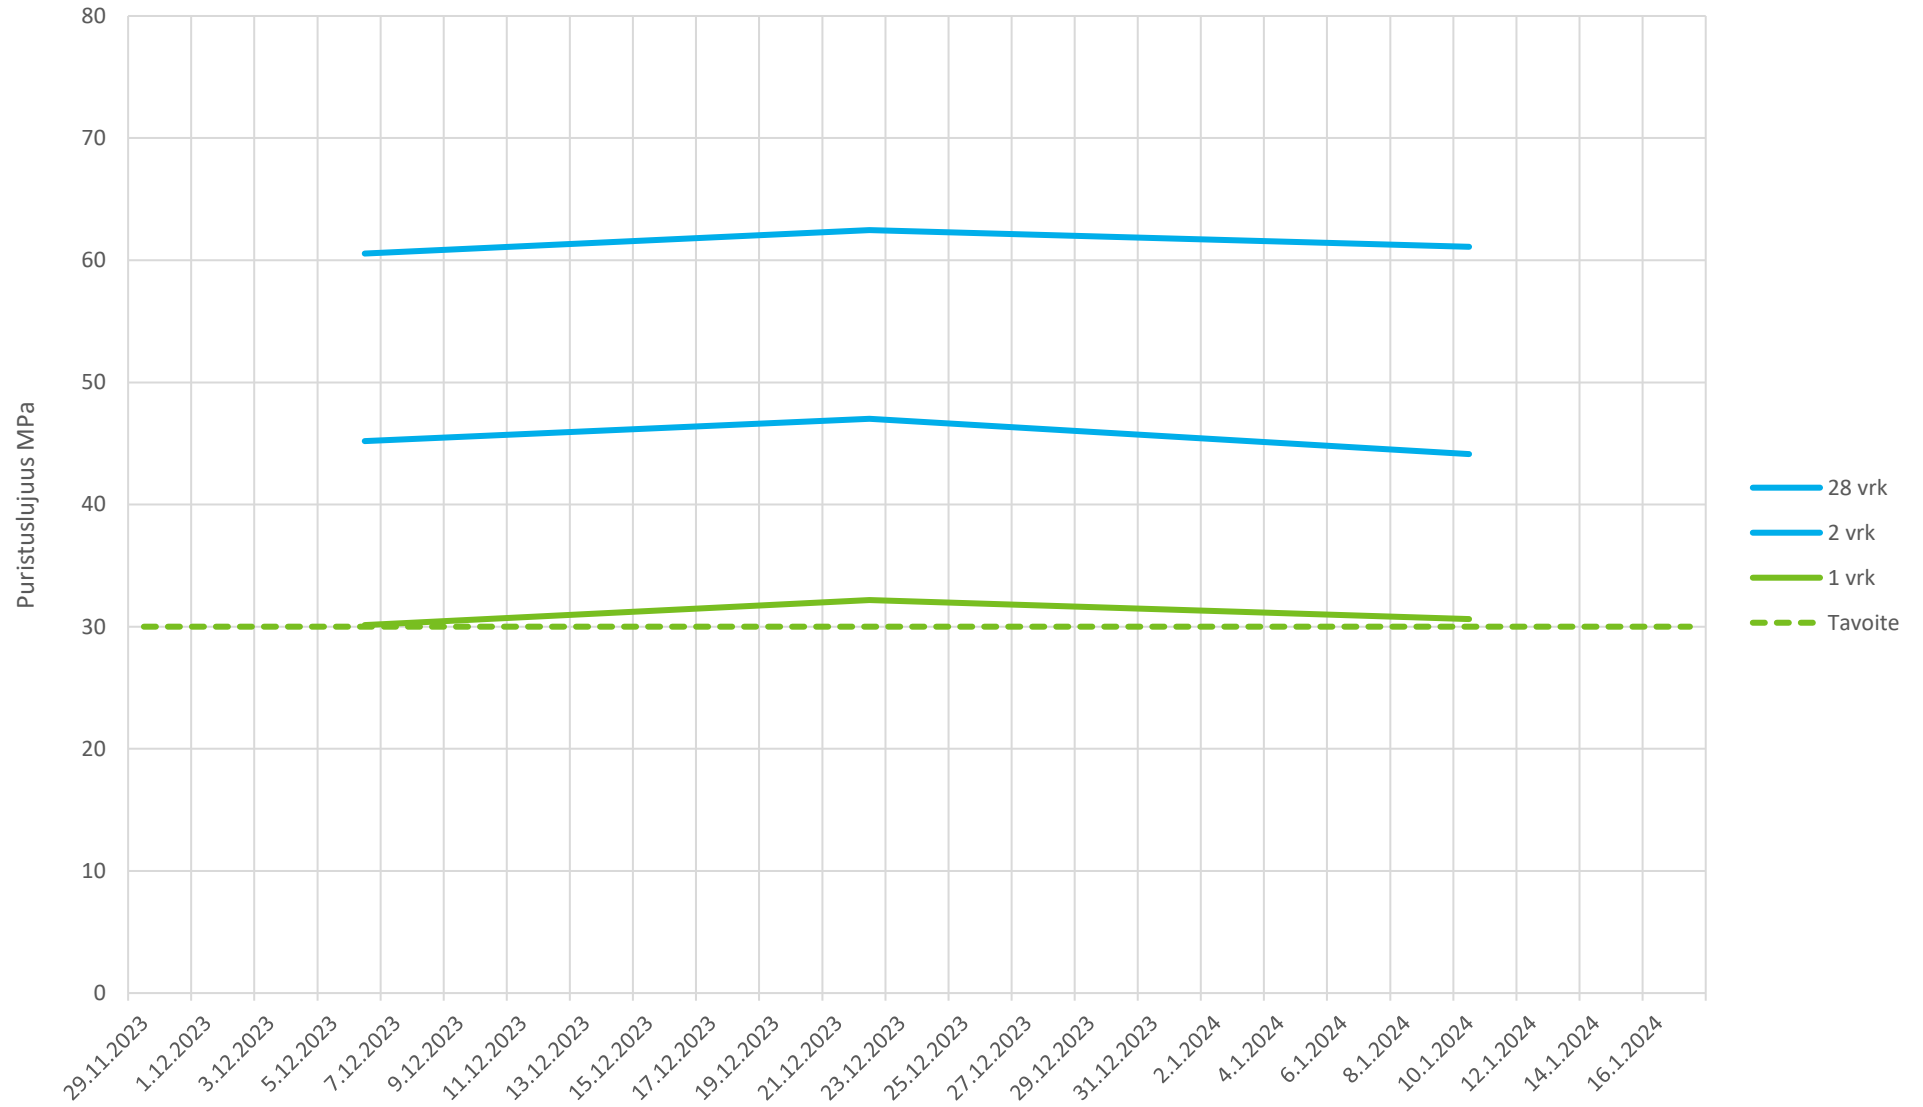


Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

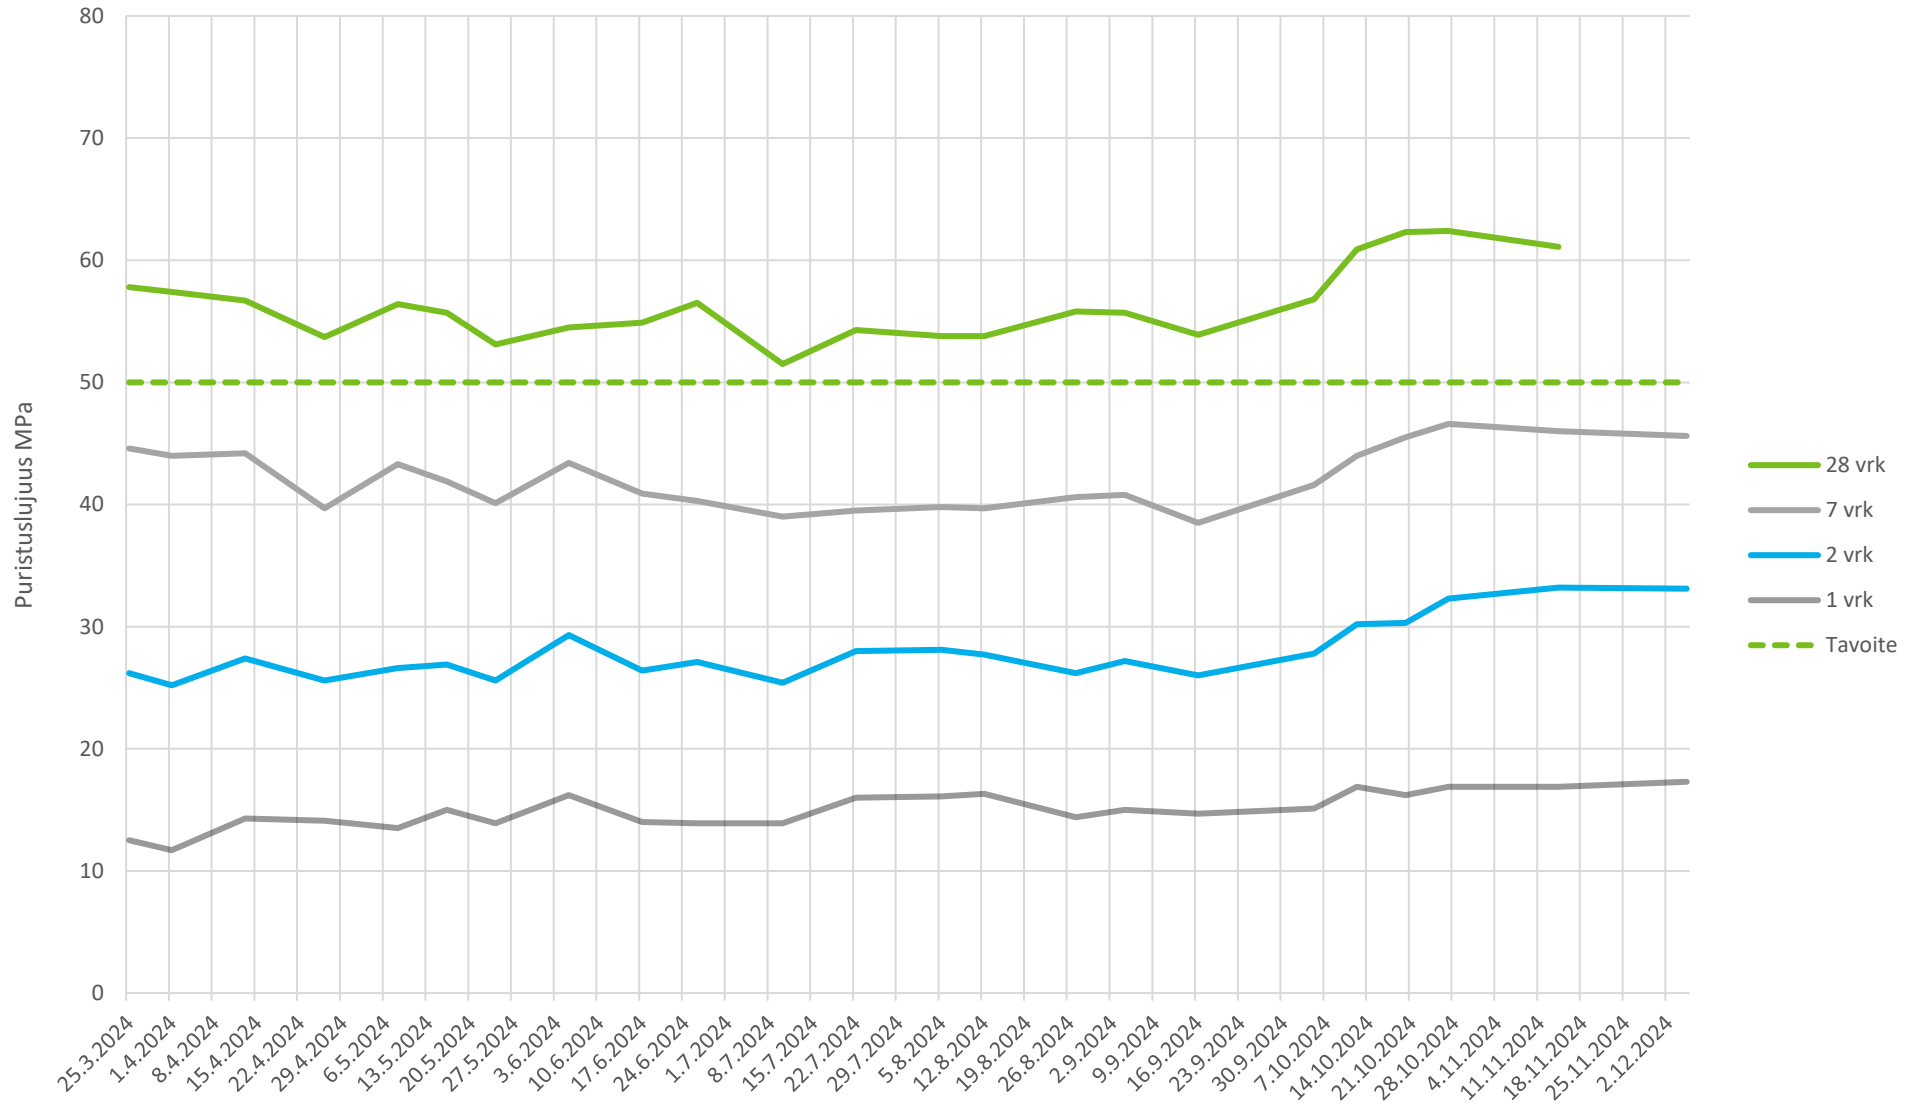


Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

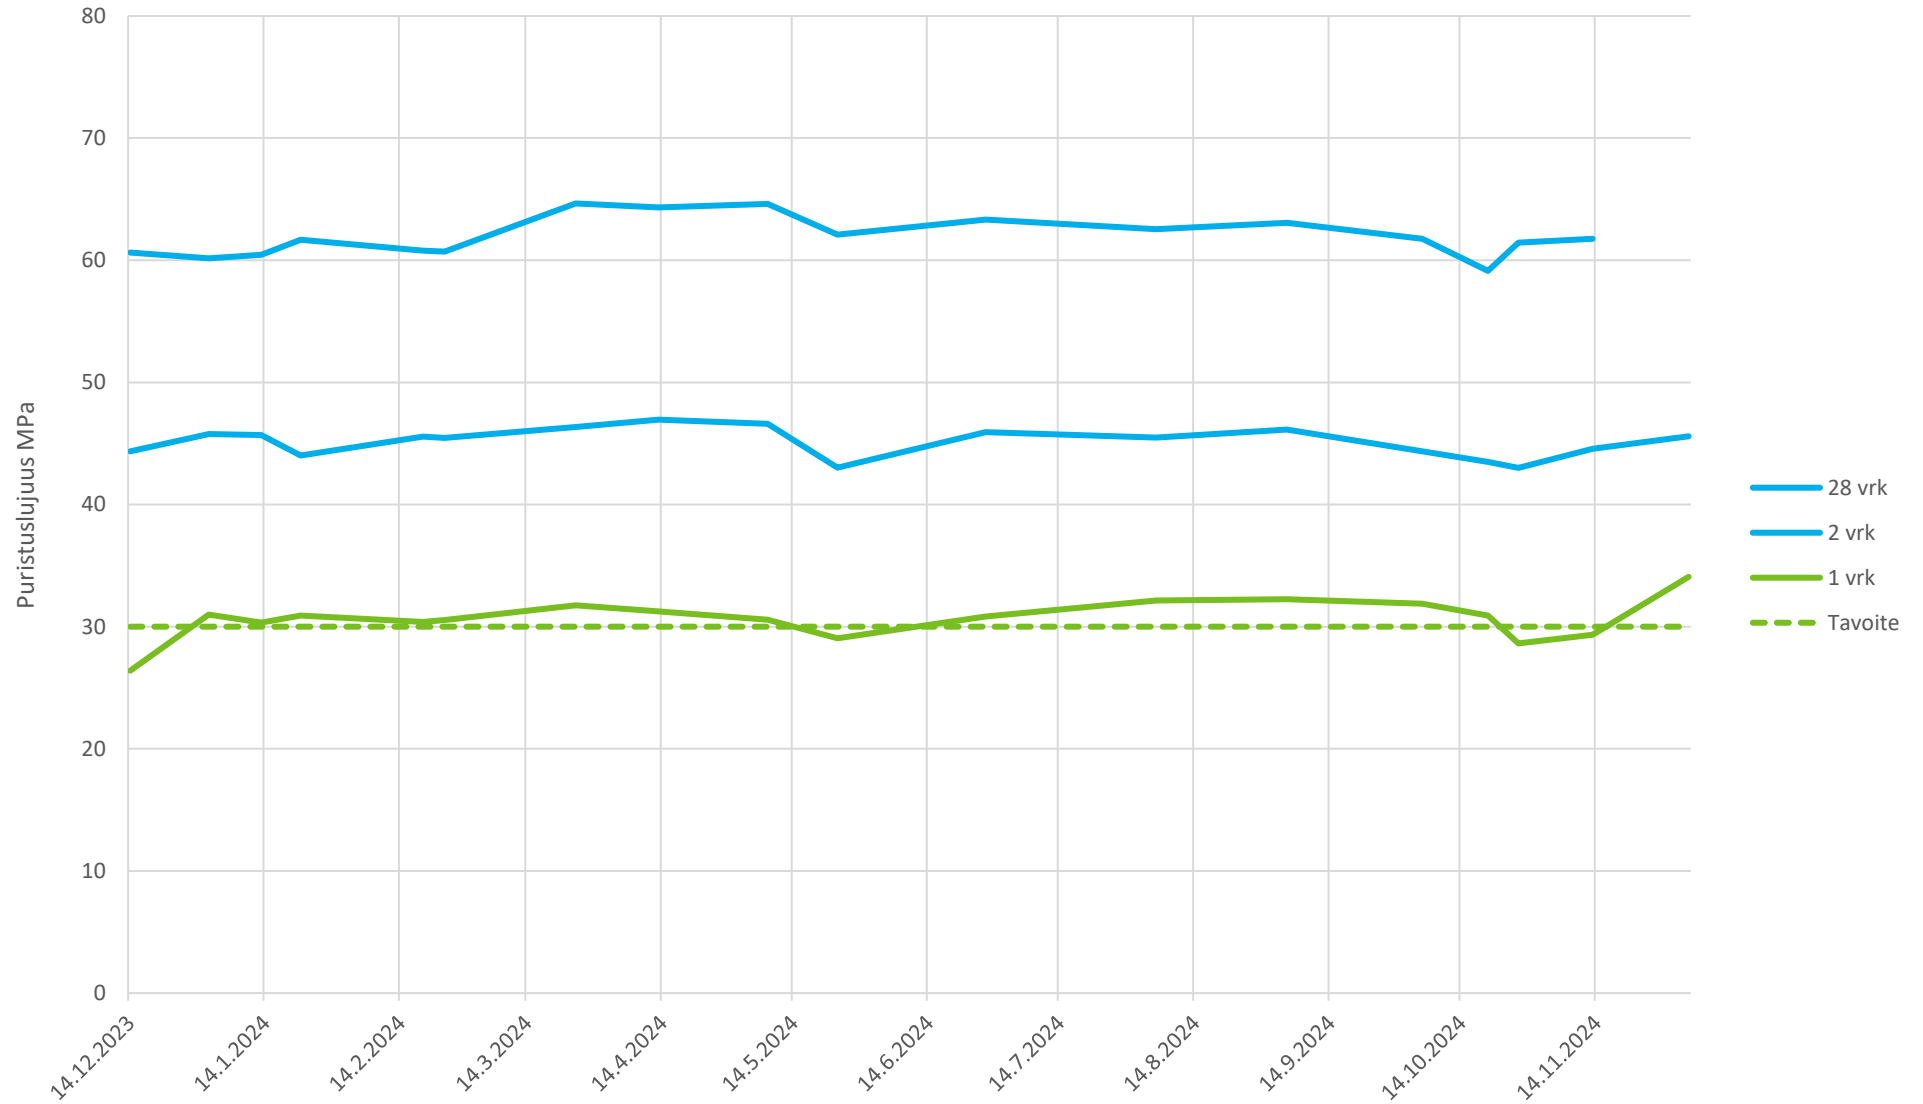


Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

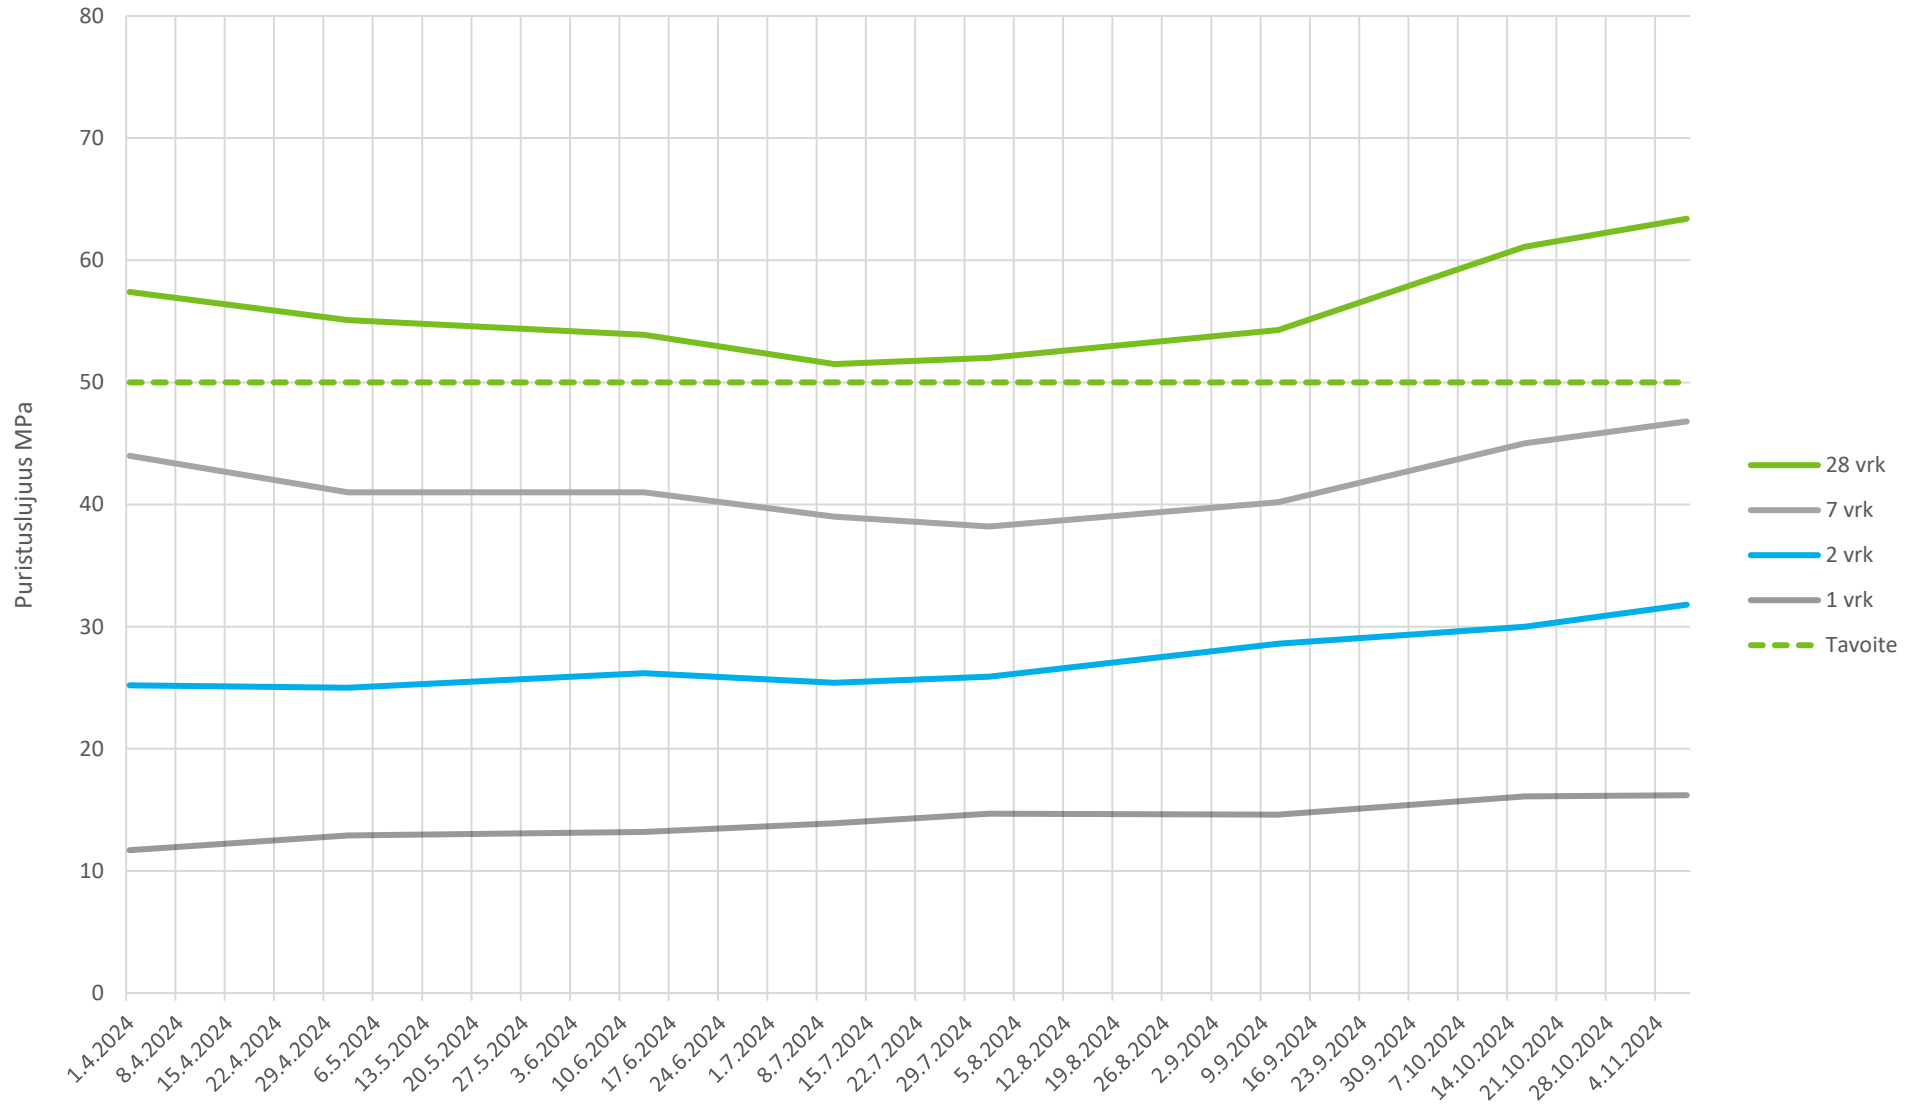

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

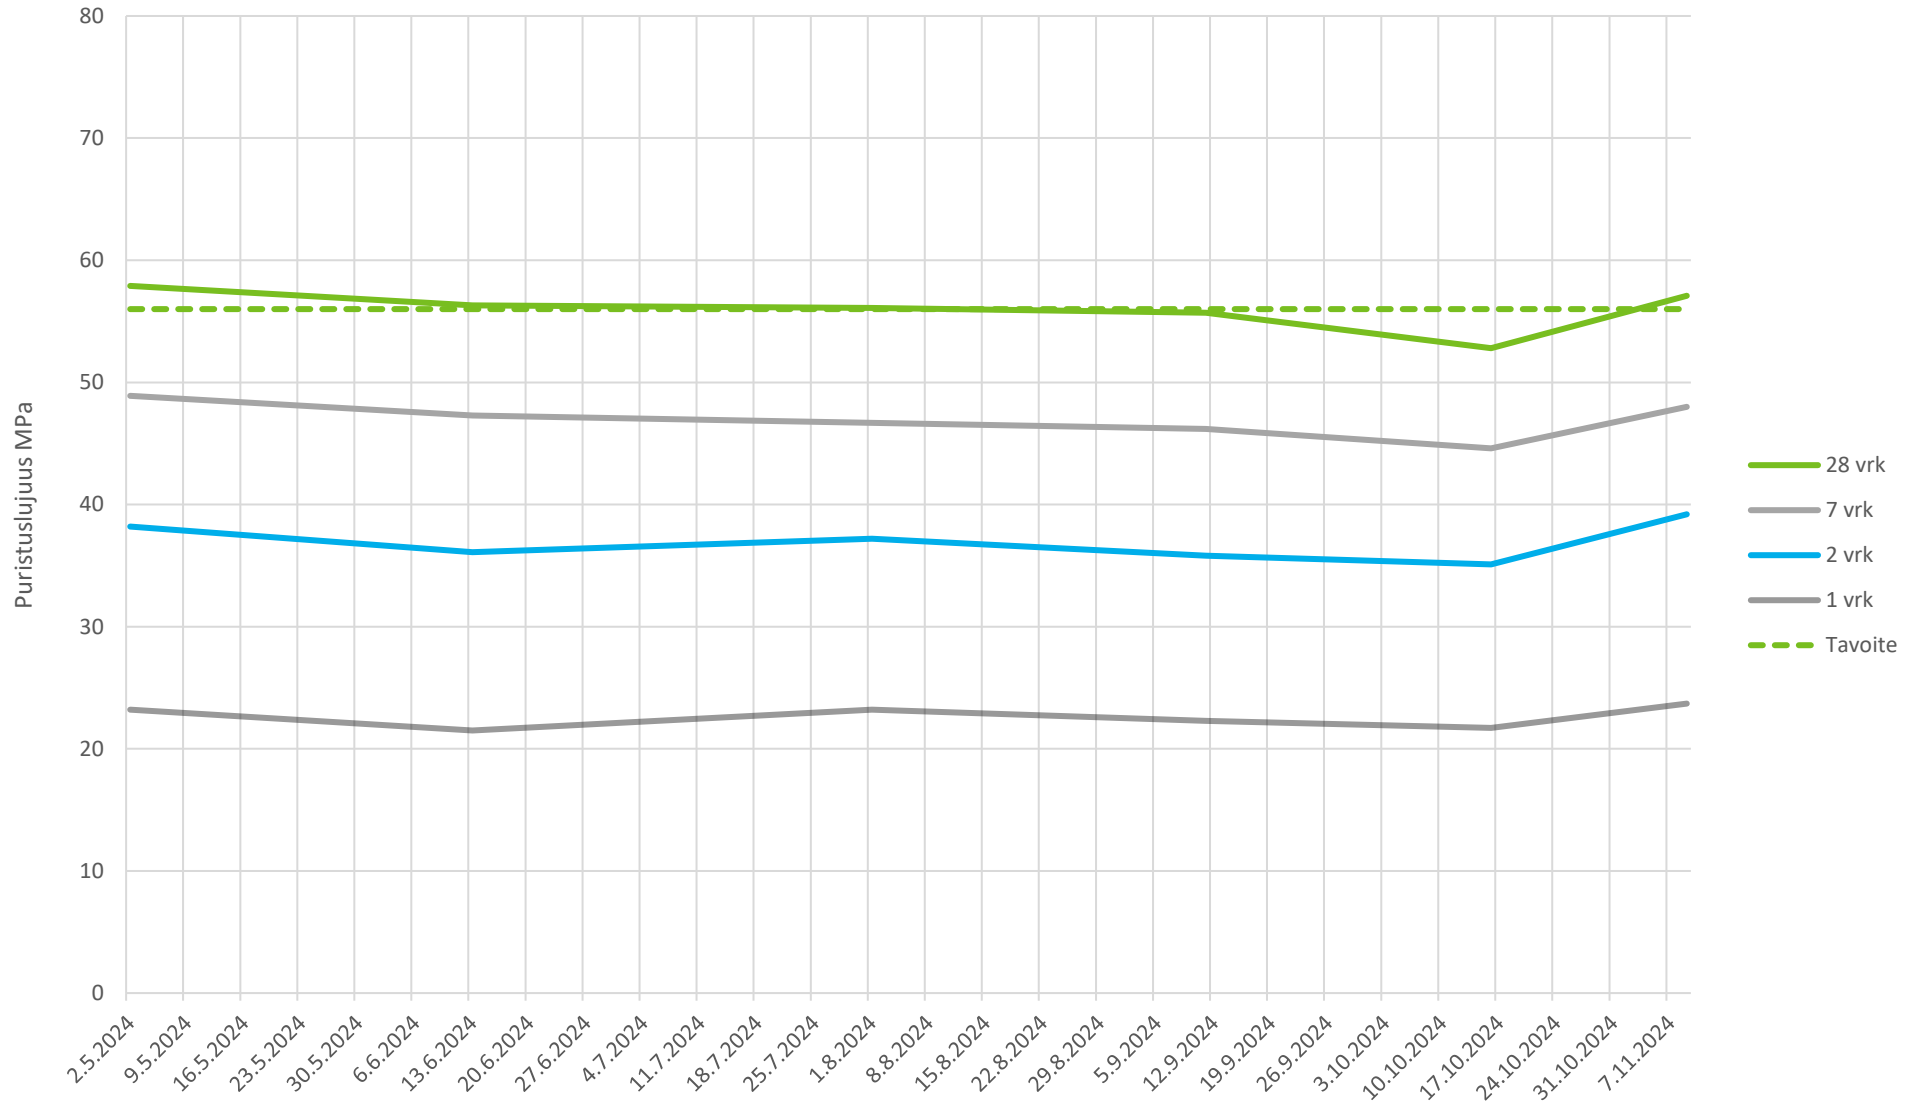


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

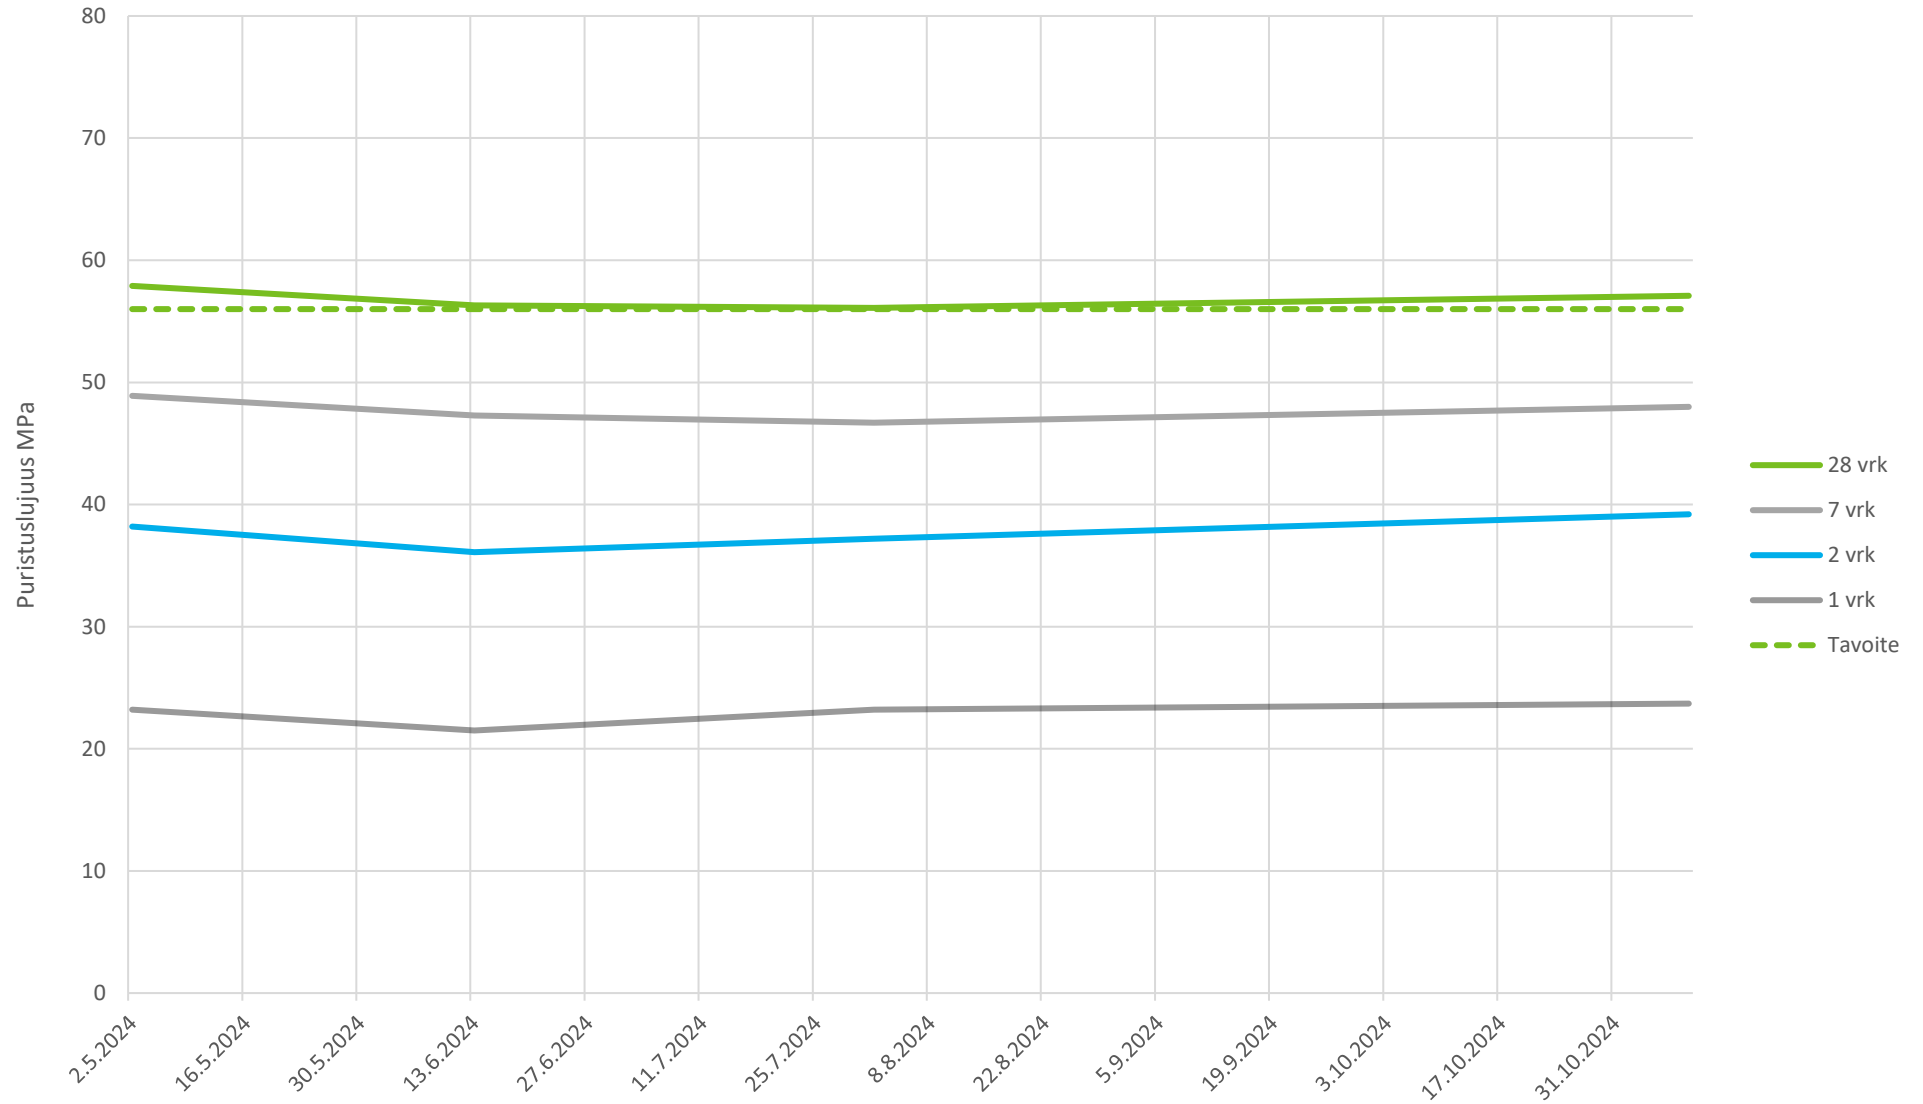

KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

