

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	500	42	4	45	445
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	470	37	7	17	595
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	490	36	8	4	676
Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5R	600	36	9	0	680**
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	550	51	1	71	244
LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R	450	36	13	0	659

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339
Henri Soikkeli	0201 206 207		

vko 2
pvm 8.1.2026


Lappeenranta	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	480	34	10	14	482
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	480	32	10	0	577
Pikasementti CEM I 52,5R	550	31	3	0	625
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	380	23	5	0	621
Koverhar	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP***
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	390	80	0	0	913

* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot (GWP-tot-net) valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)
 ** väliaikainen arvio
 *** viimeisimmän laivauserän tulokset

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

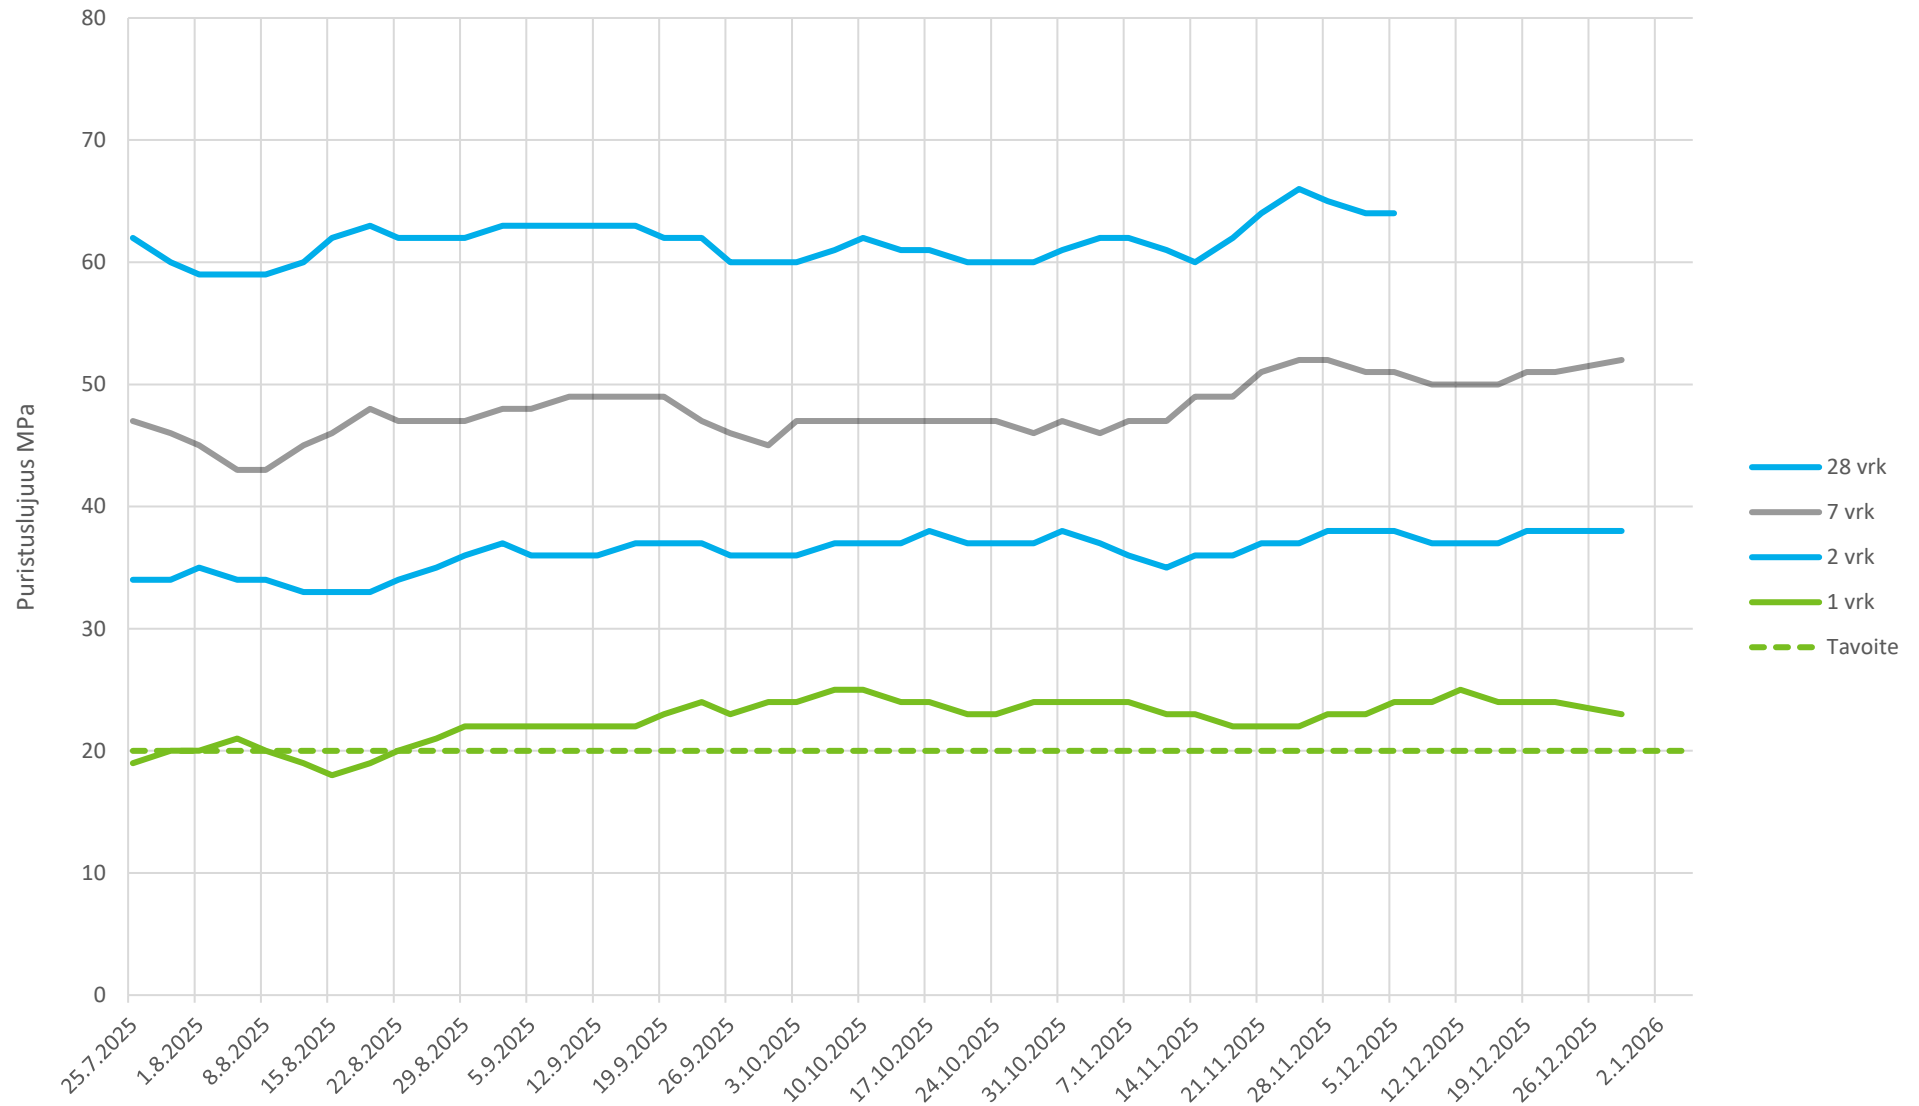


Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

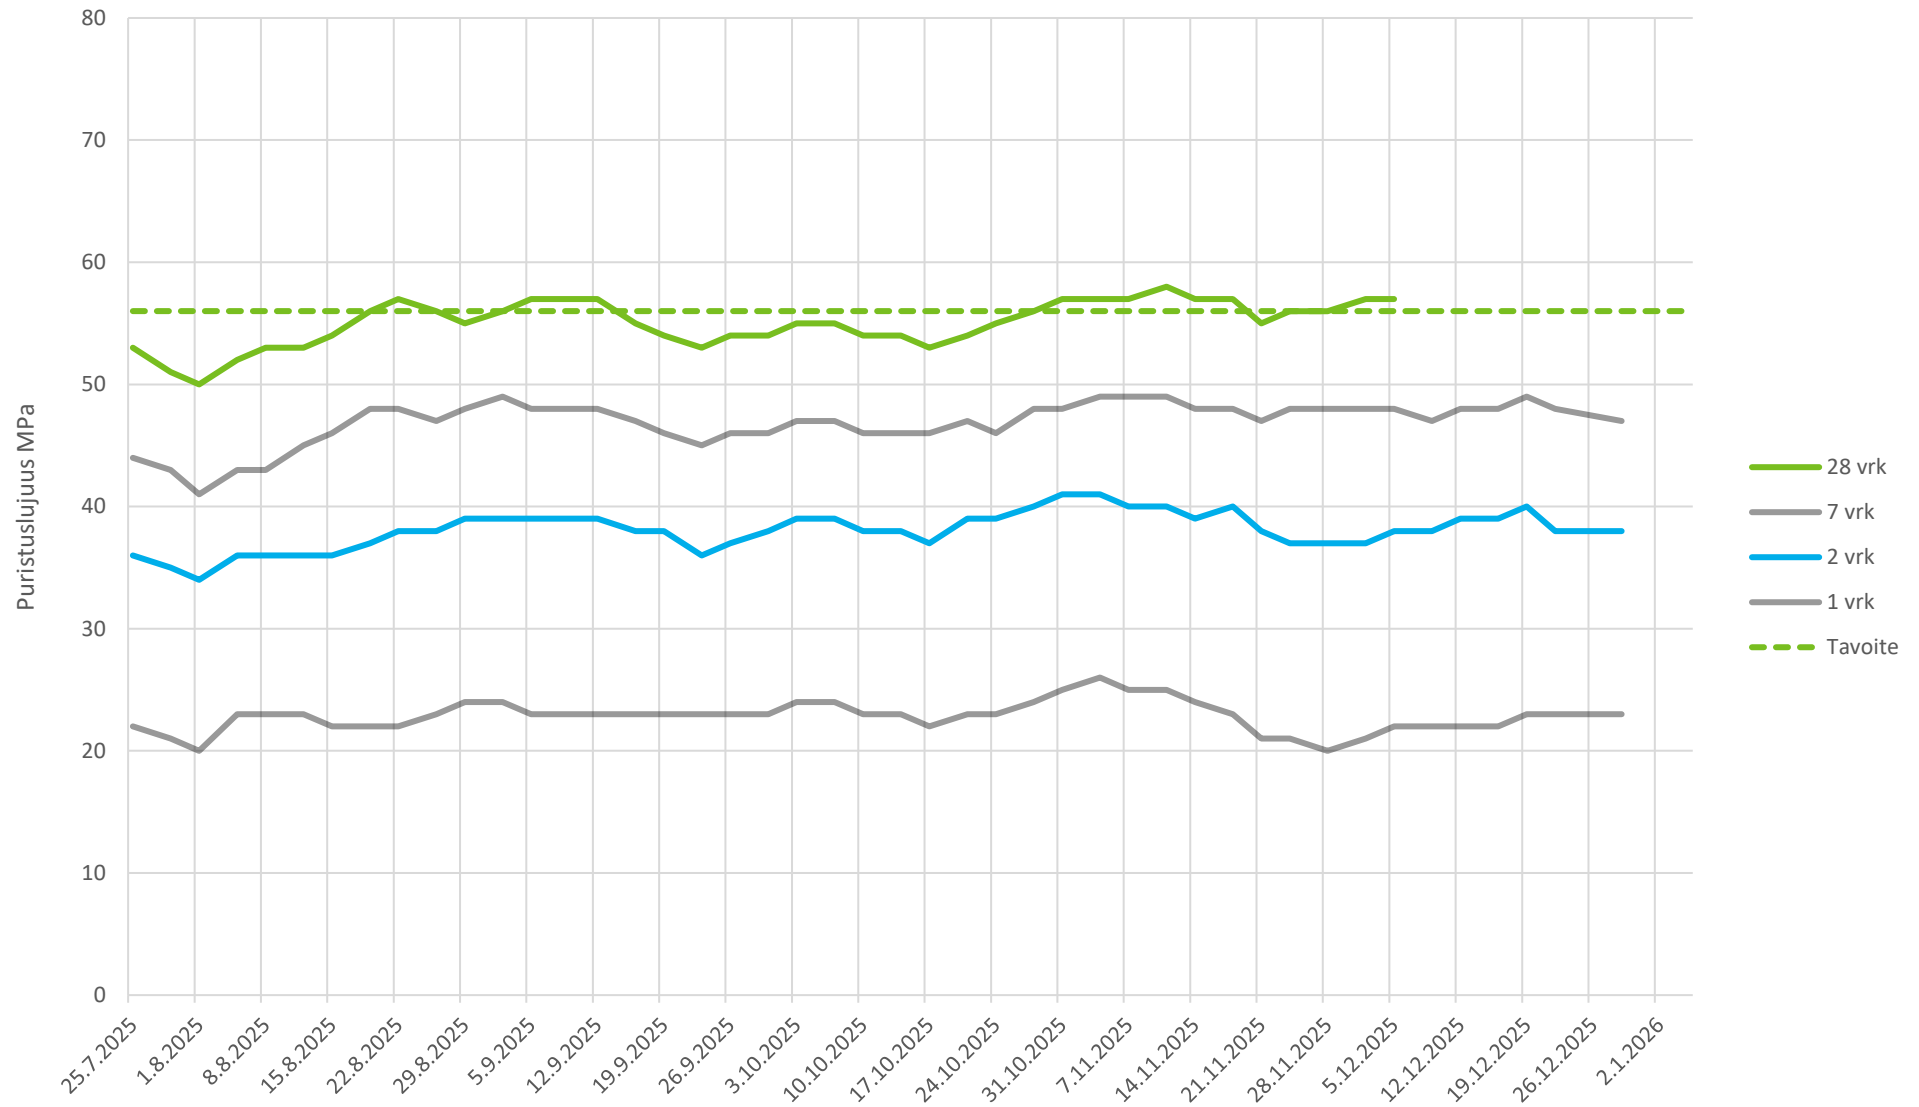


Paraisten Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5 R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

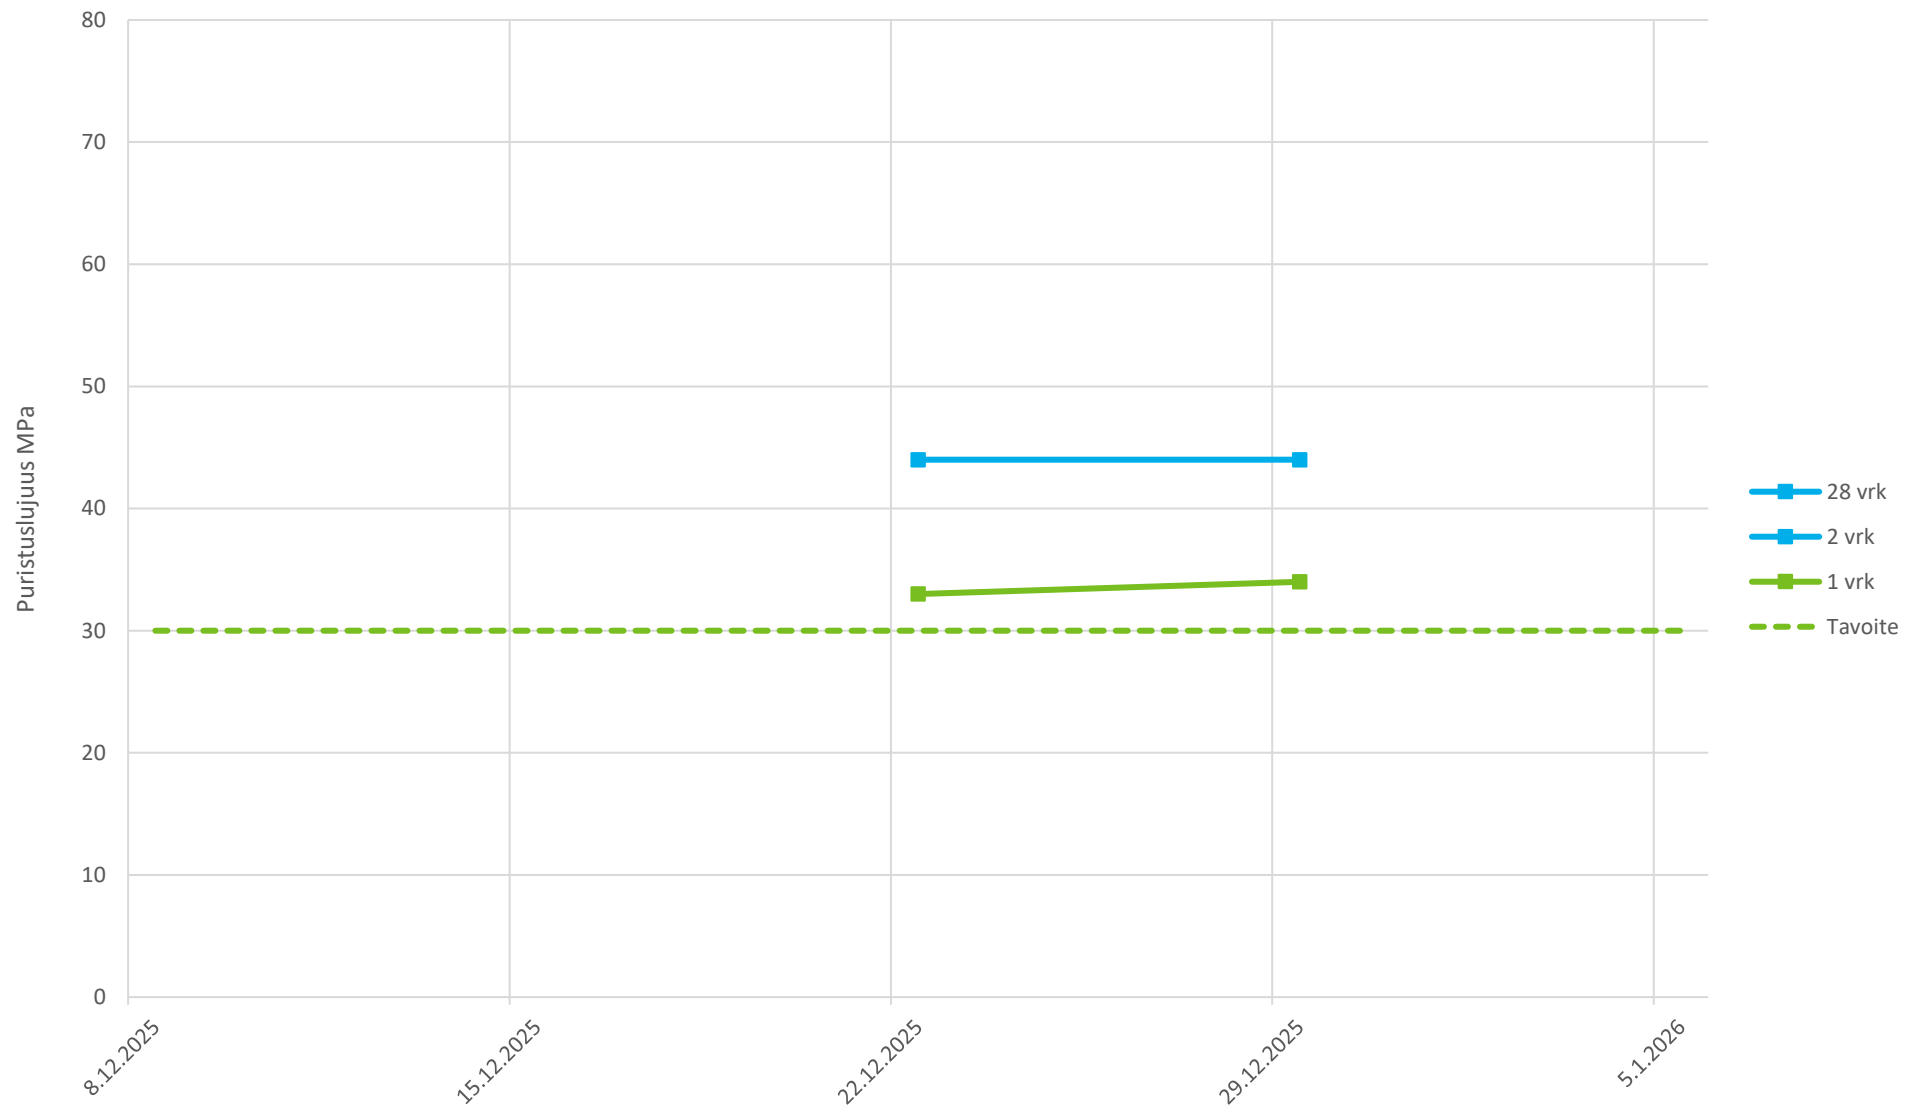


Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

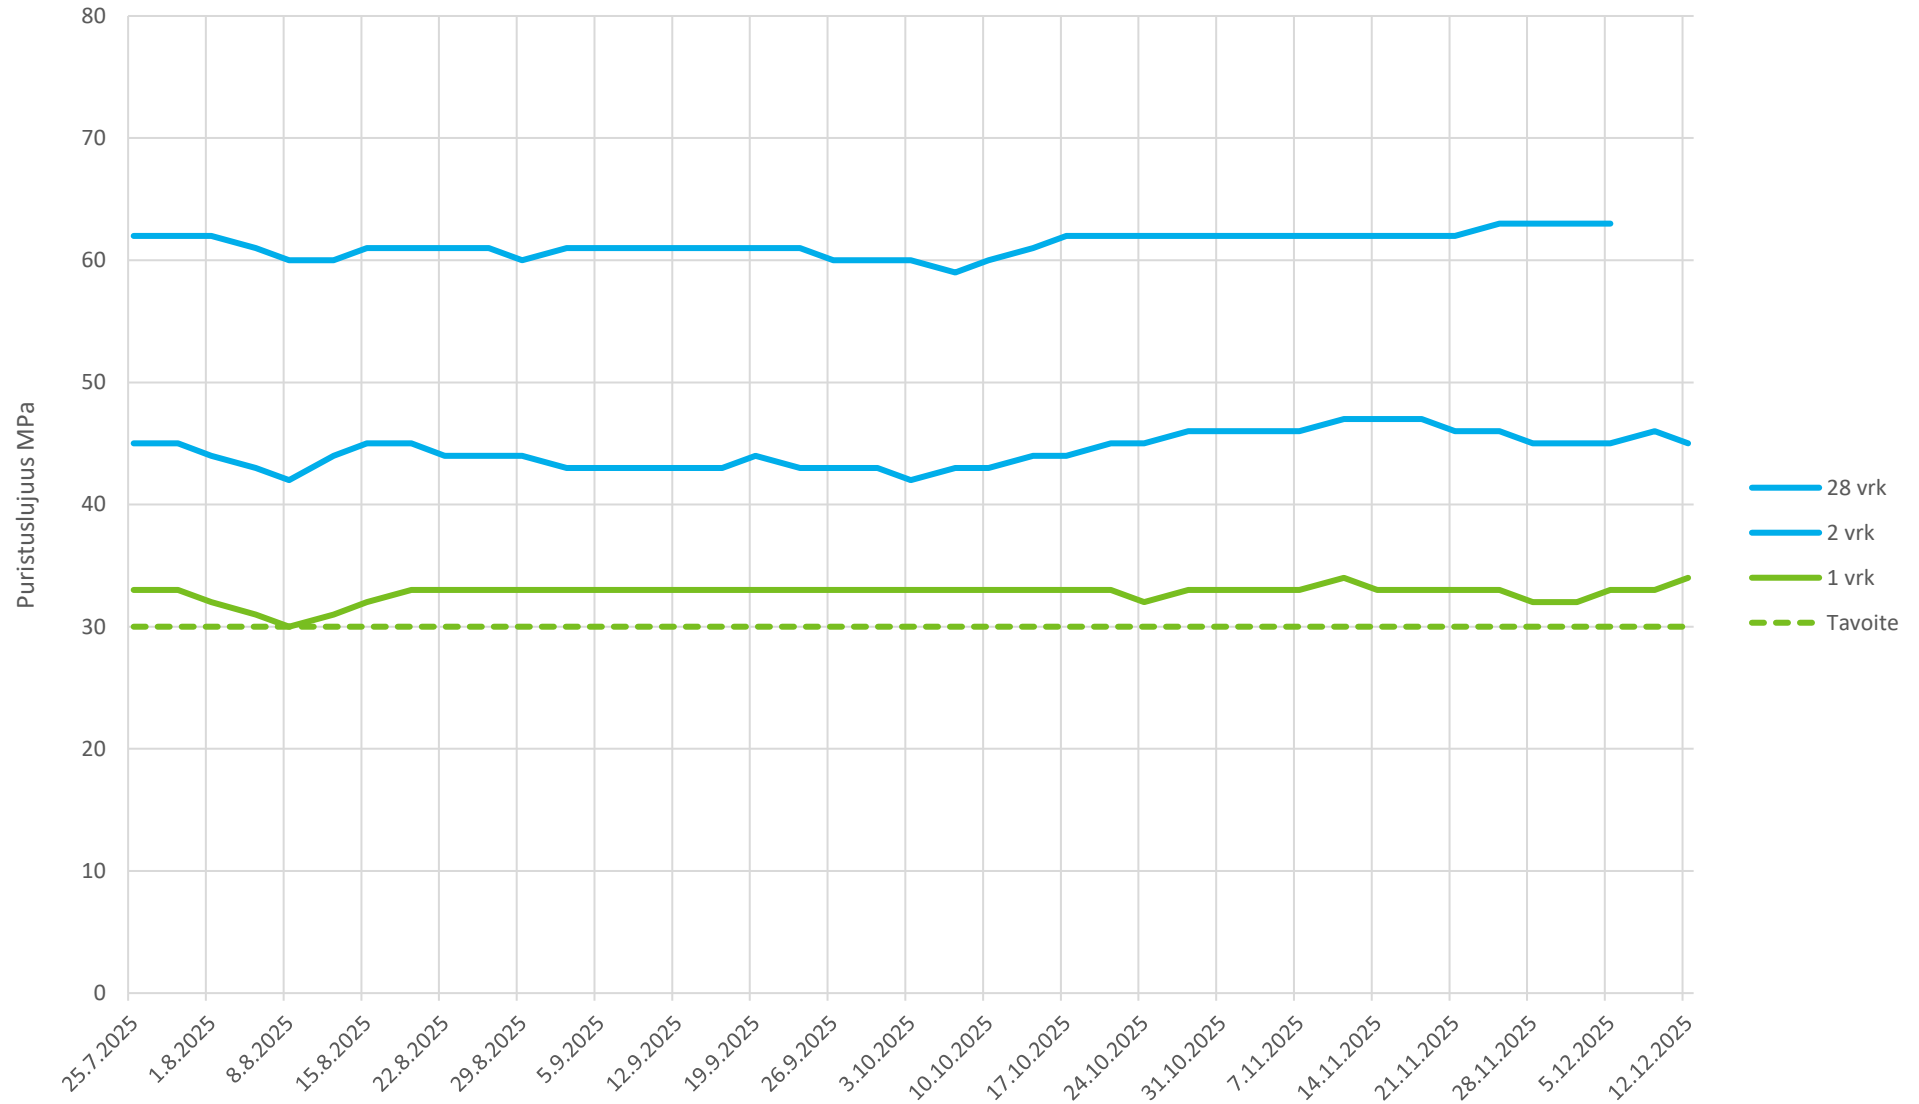


Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

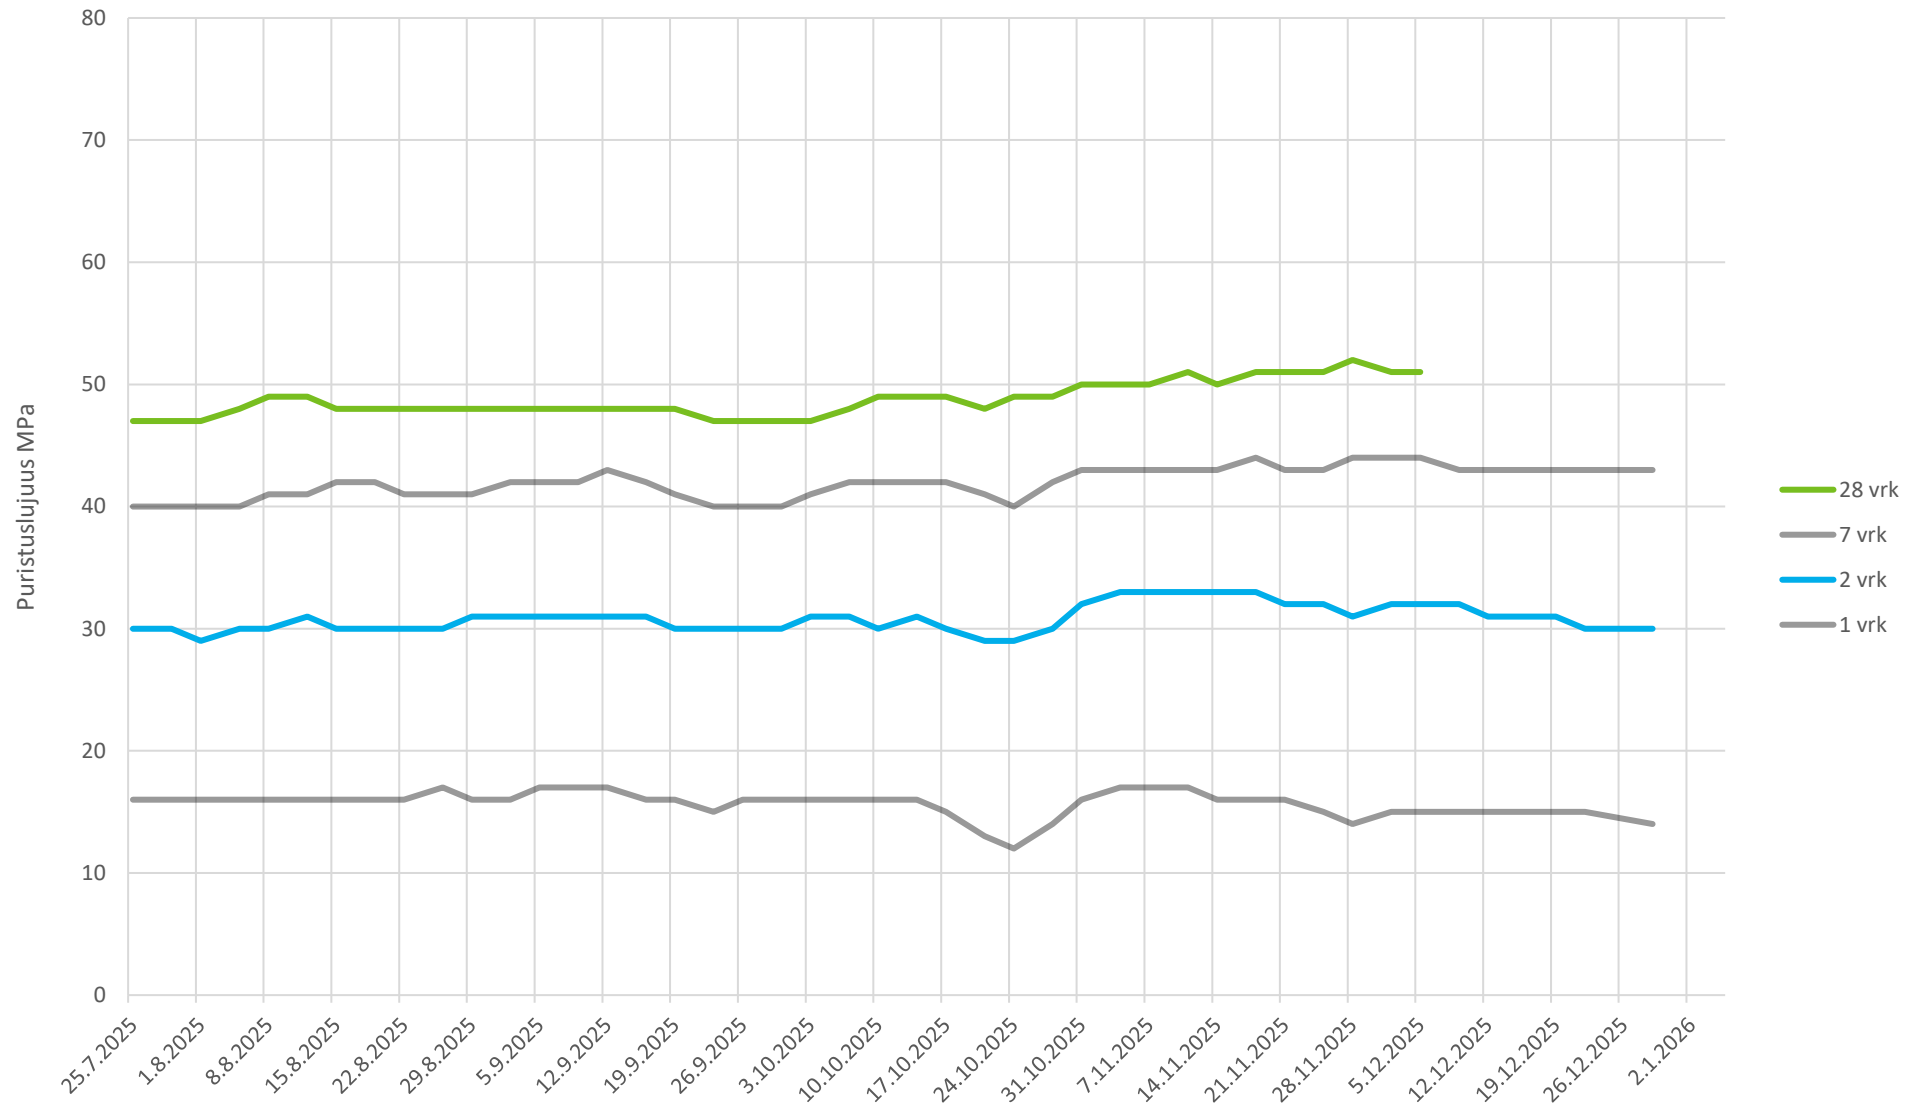


Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

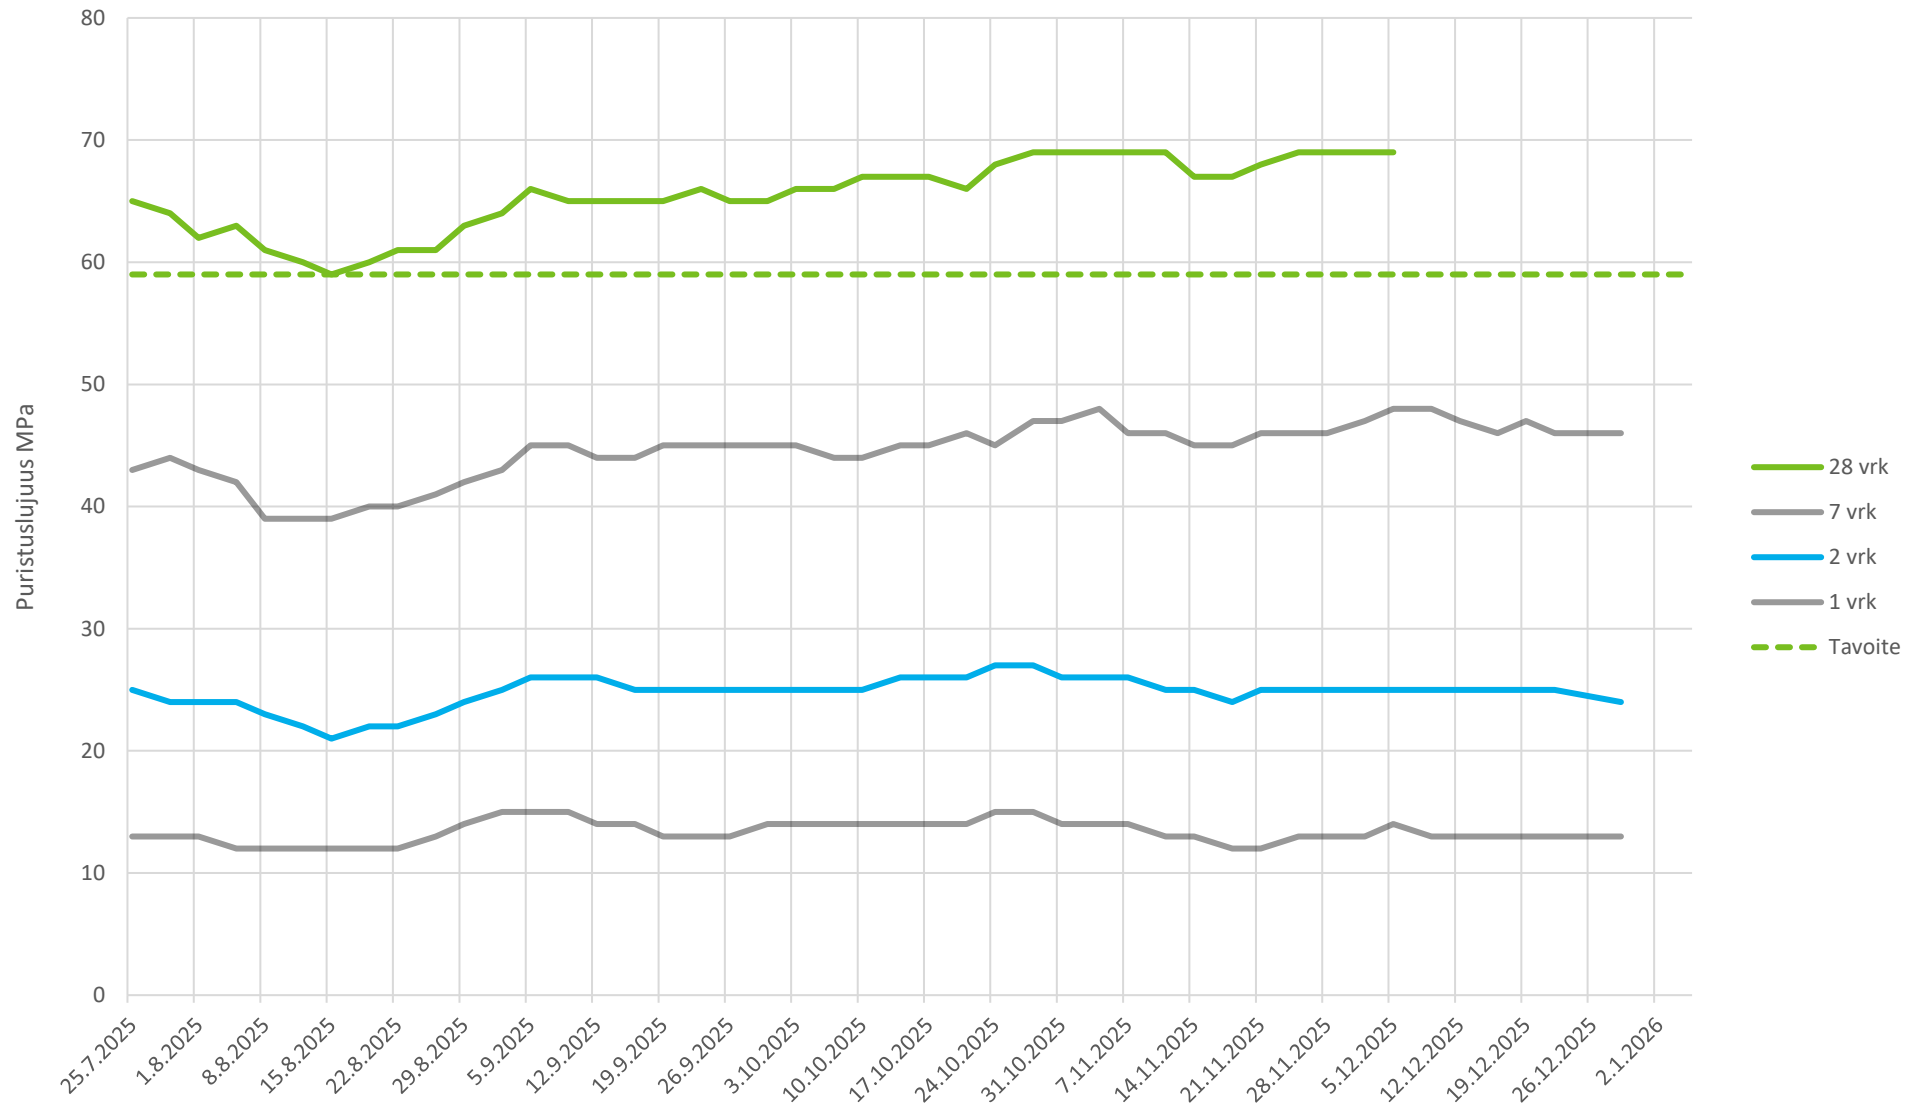


Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk

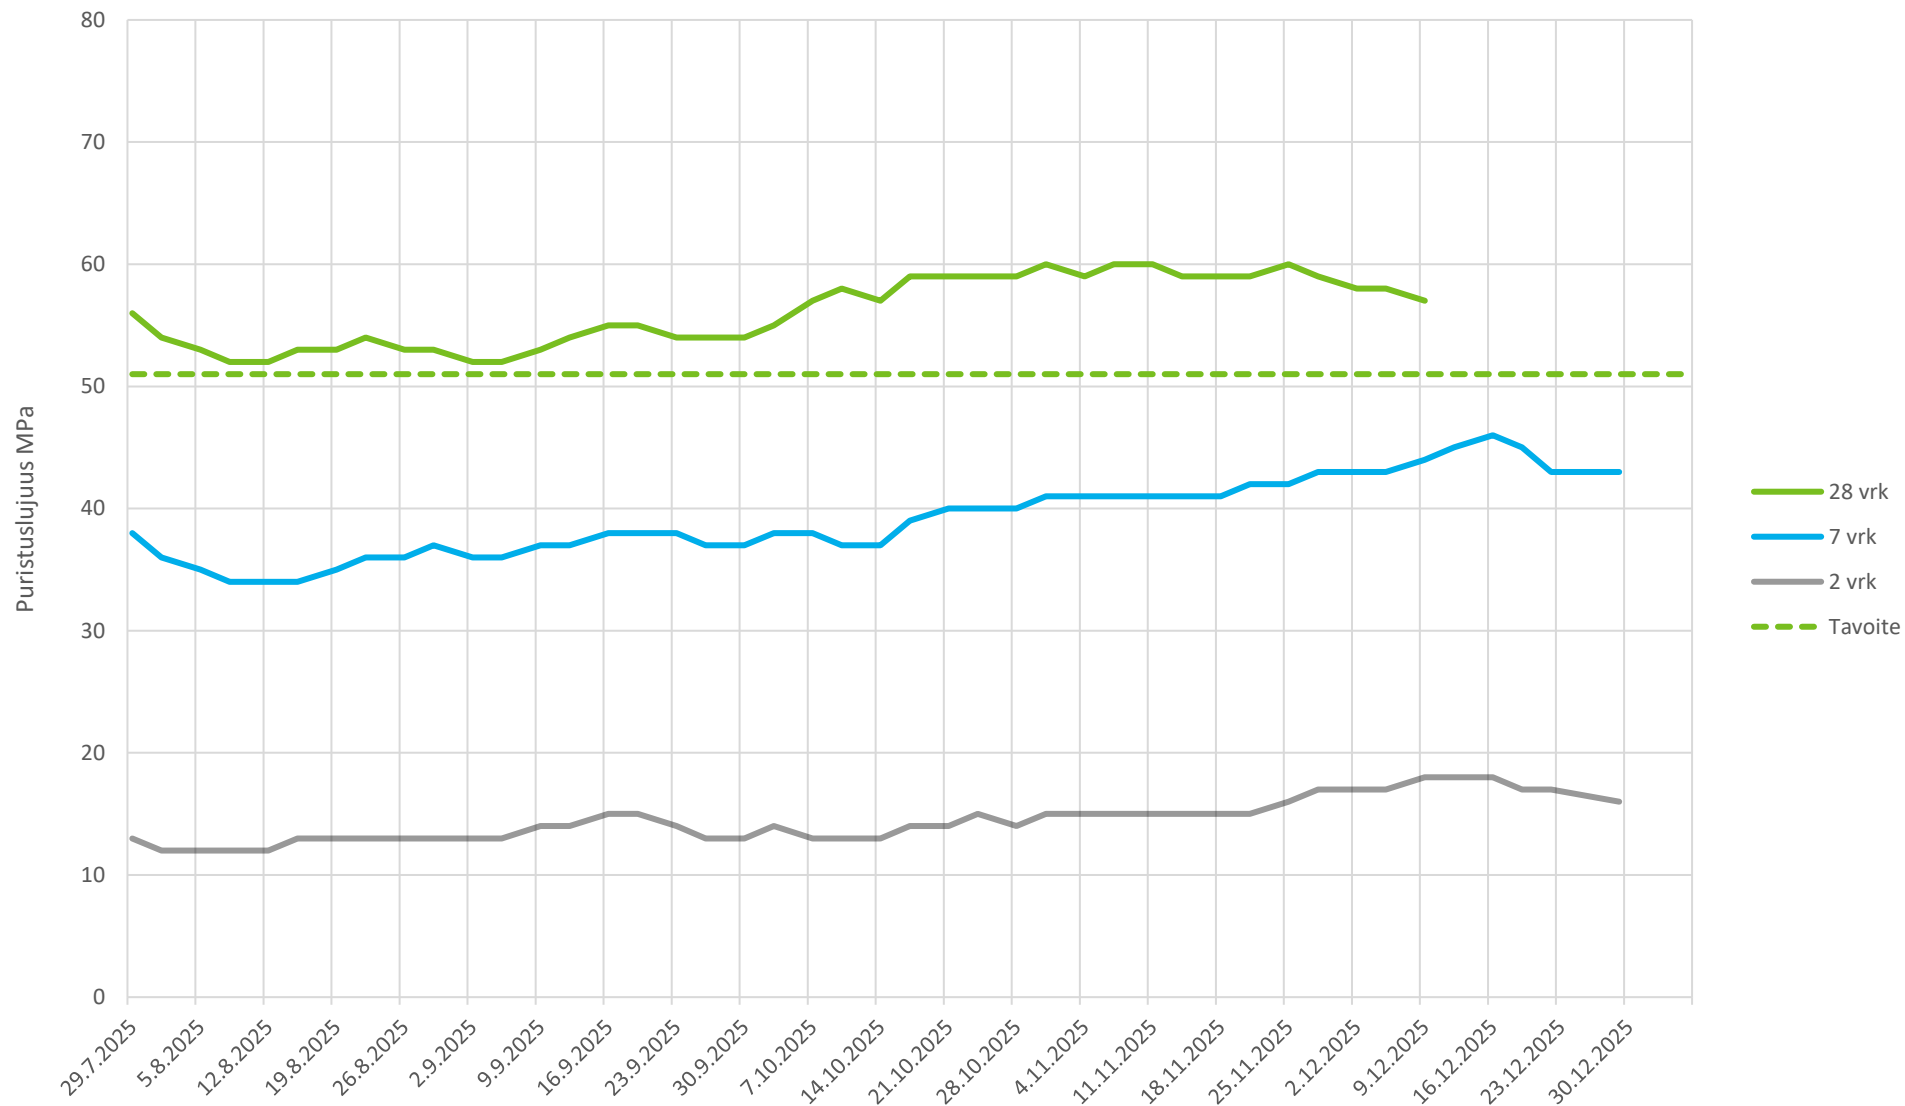


Valkosementti Koverhar CEM I 52,5R - SR5

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

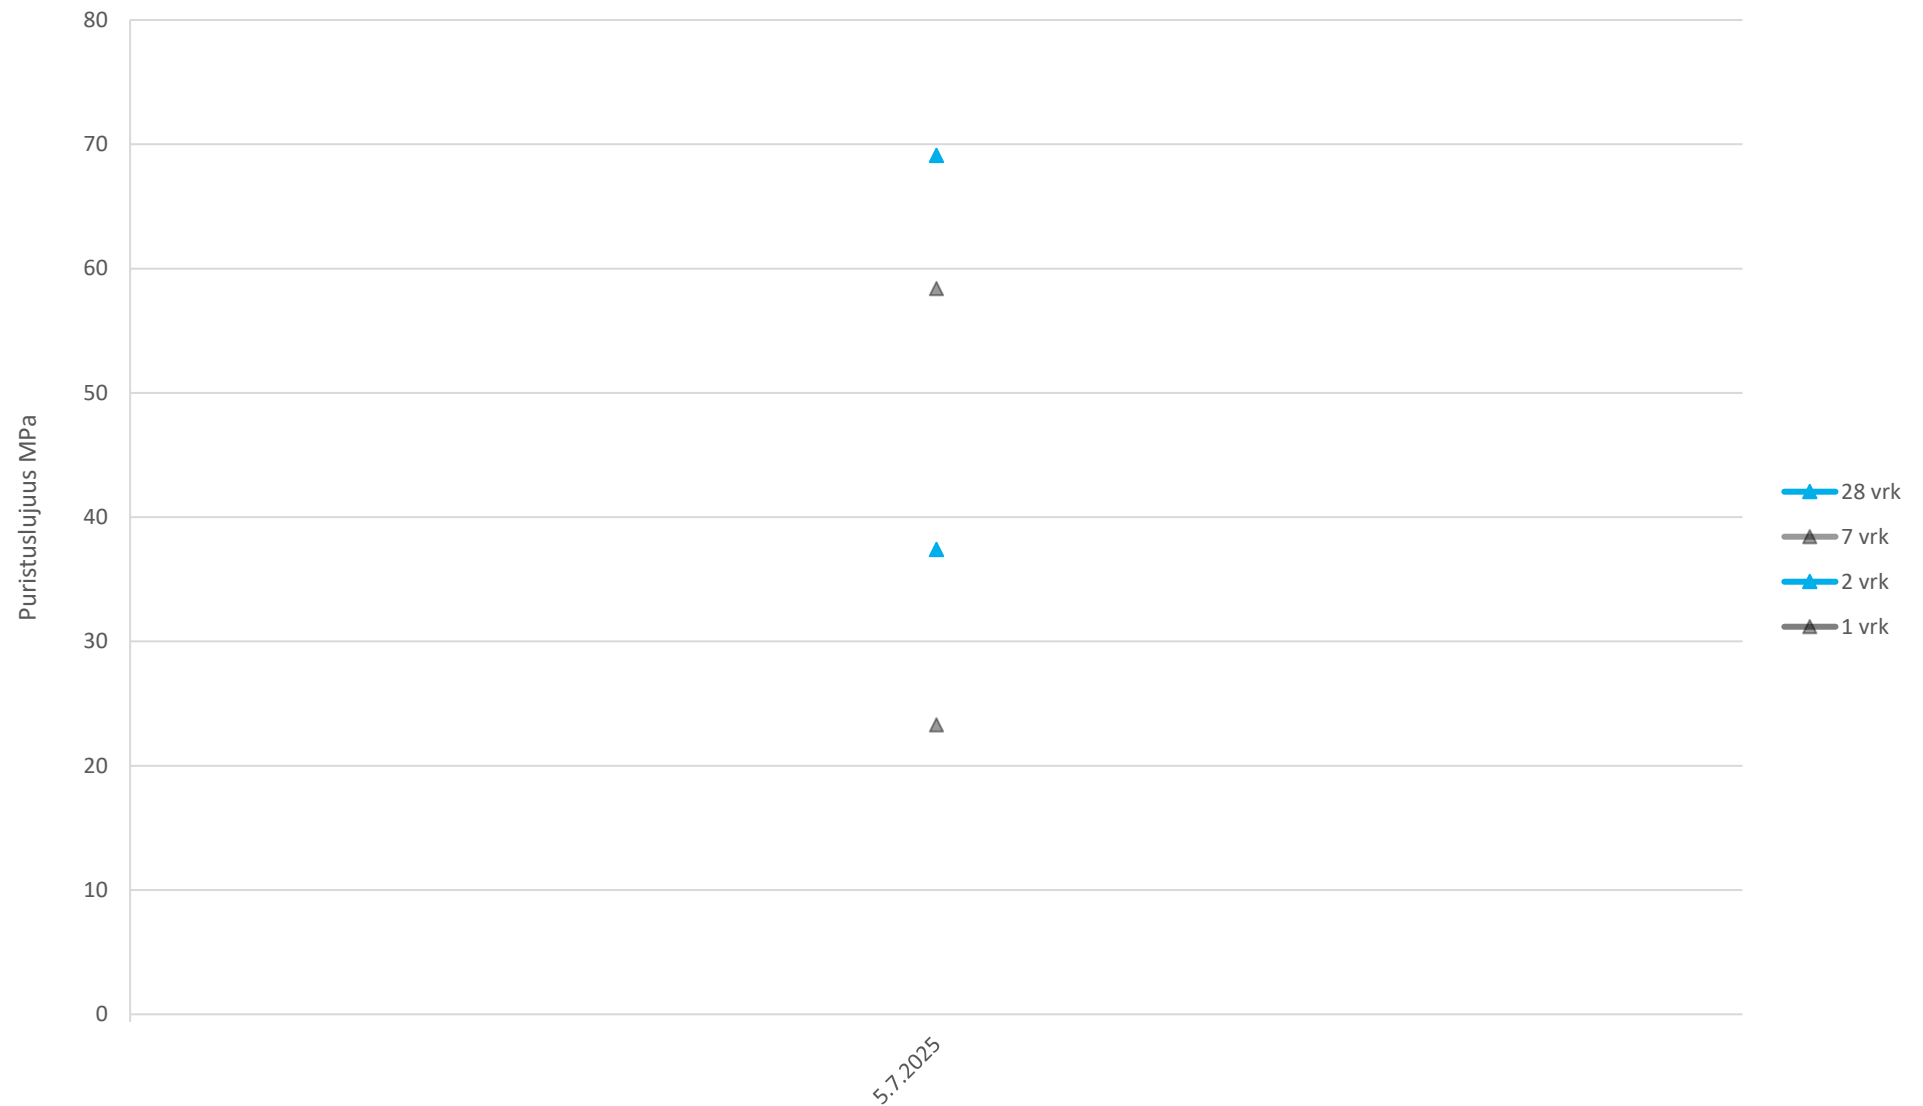


Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

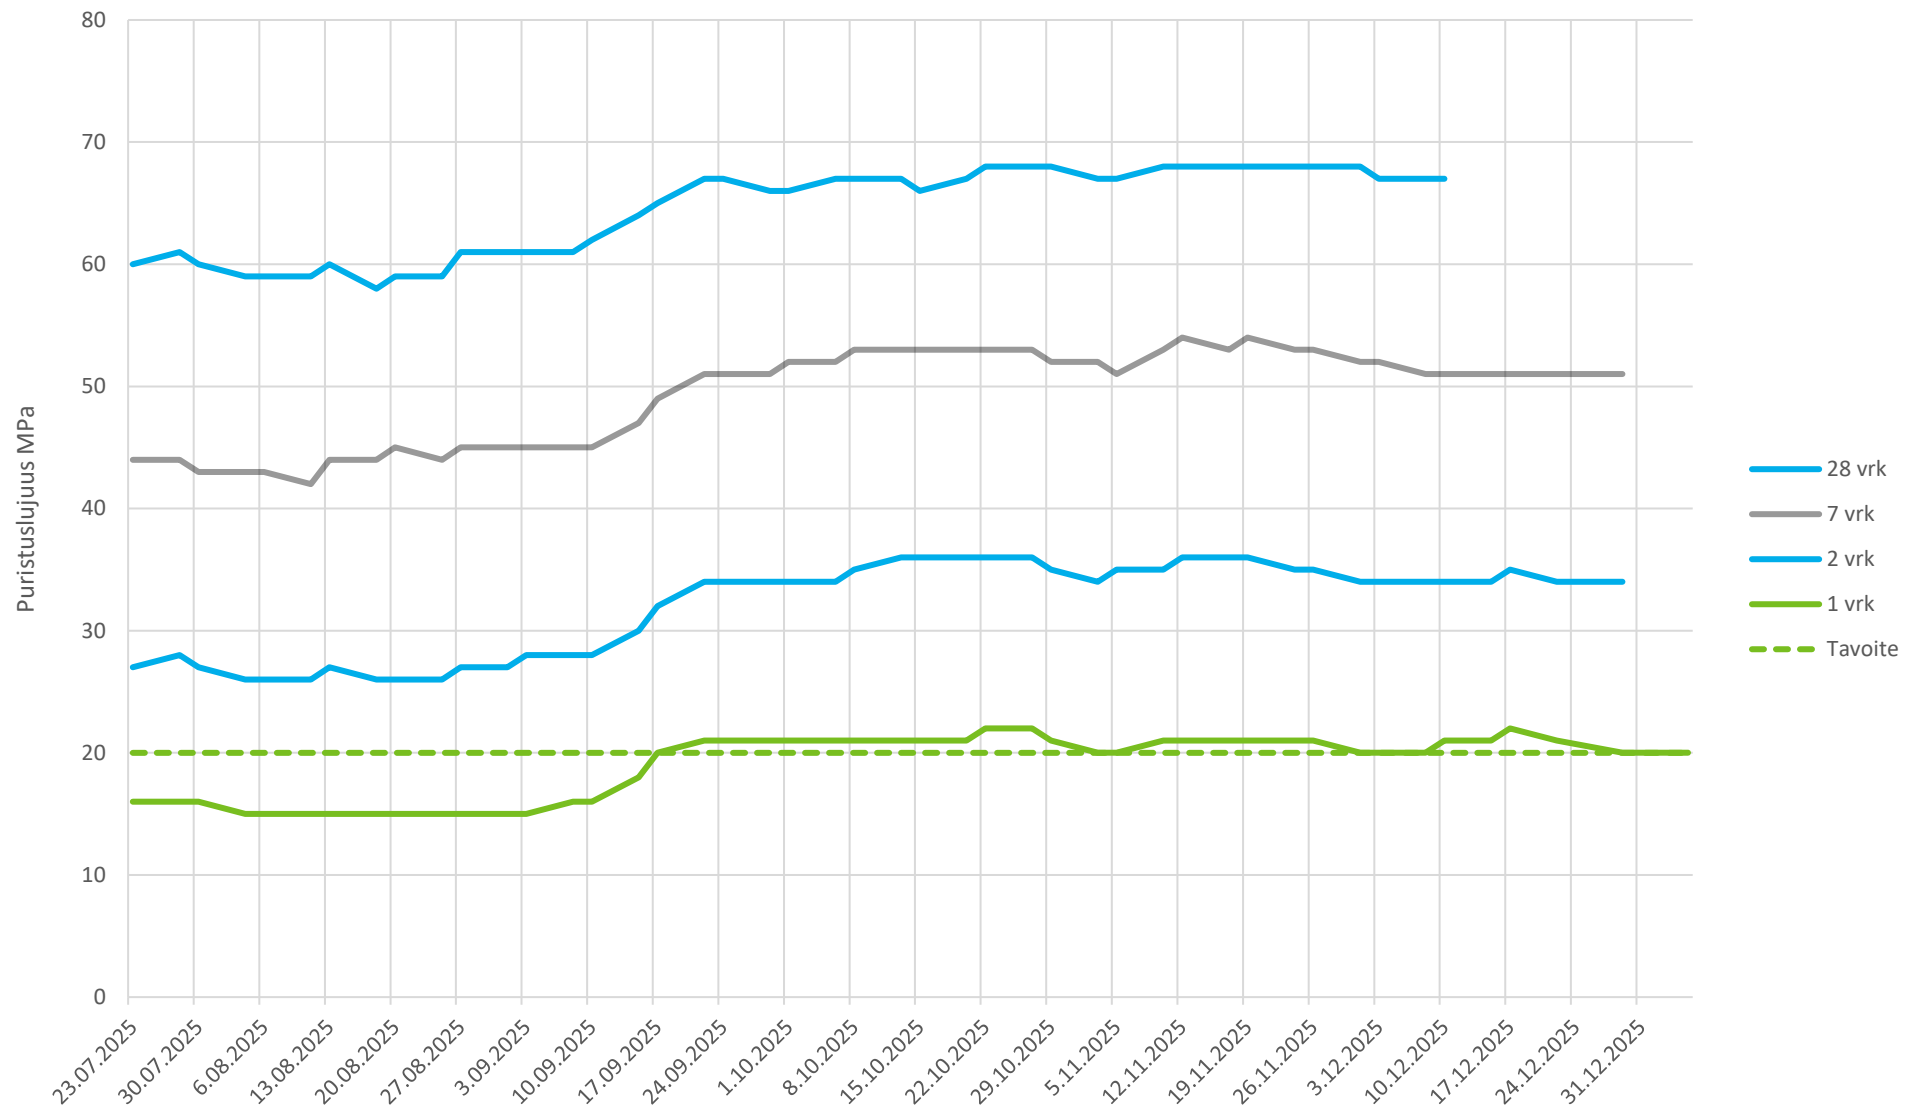


Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

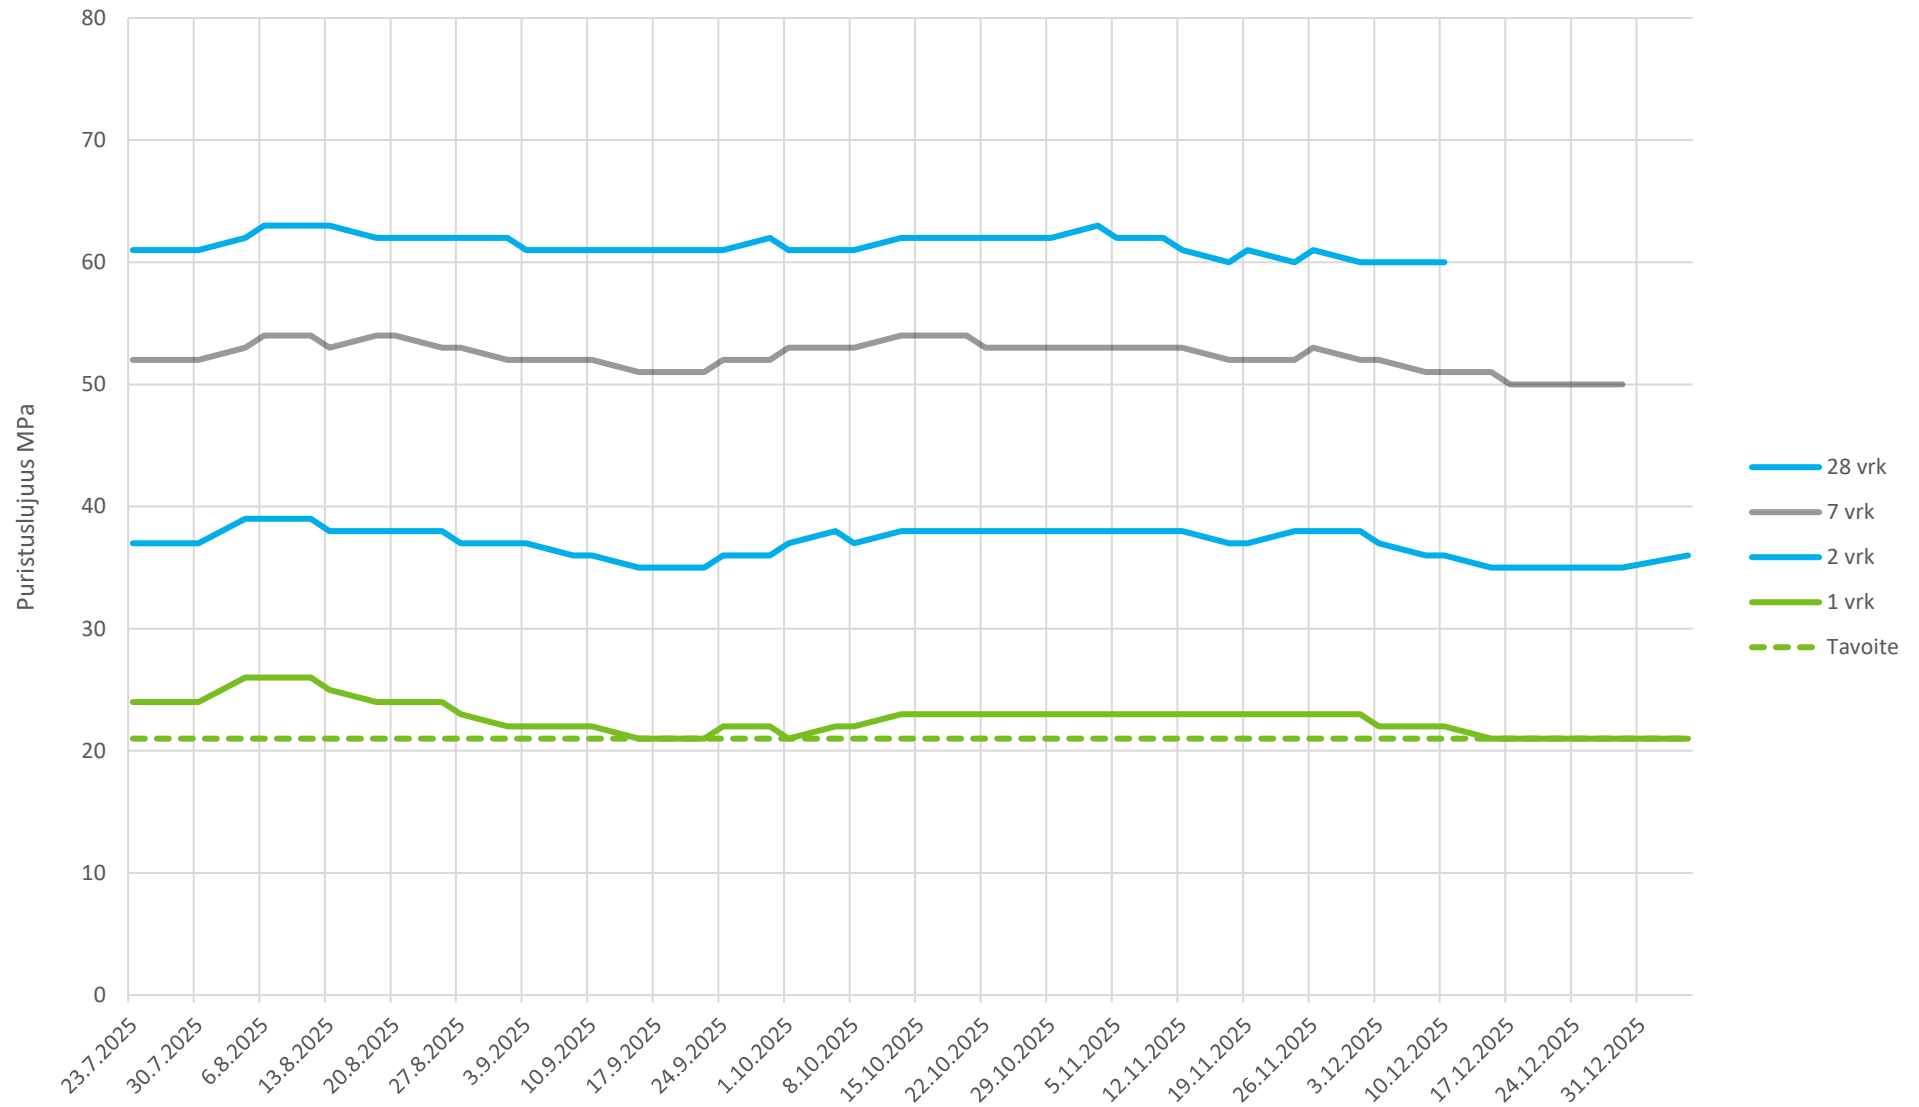


Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

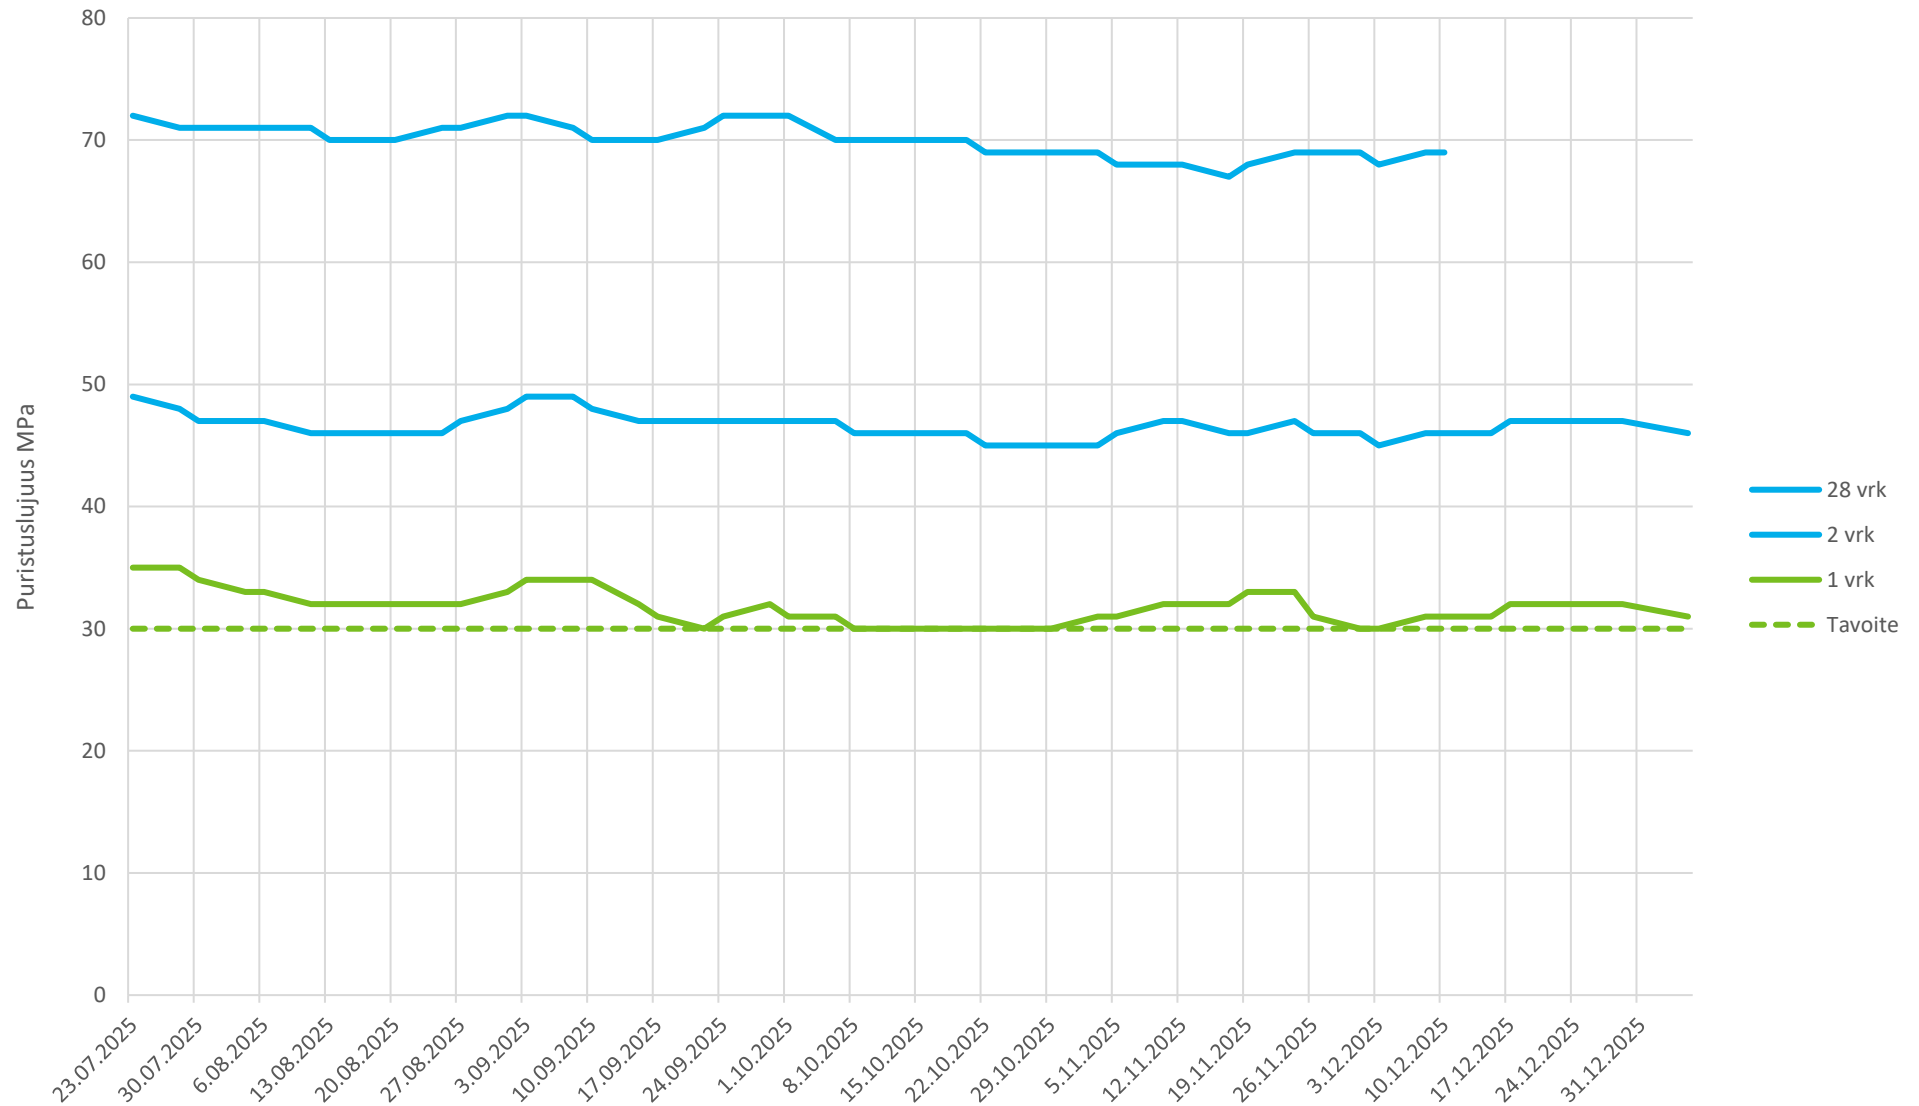


Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

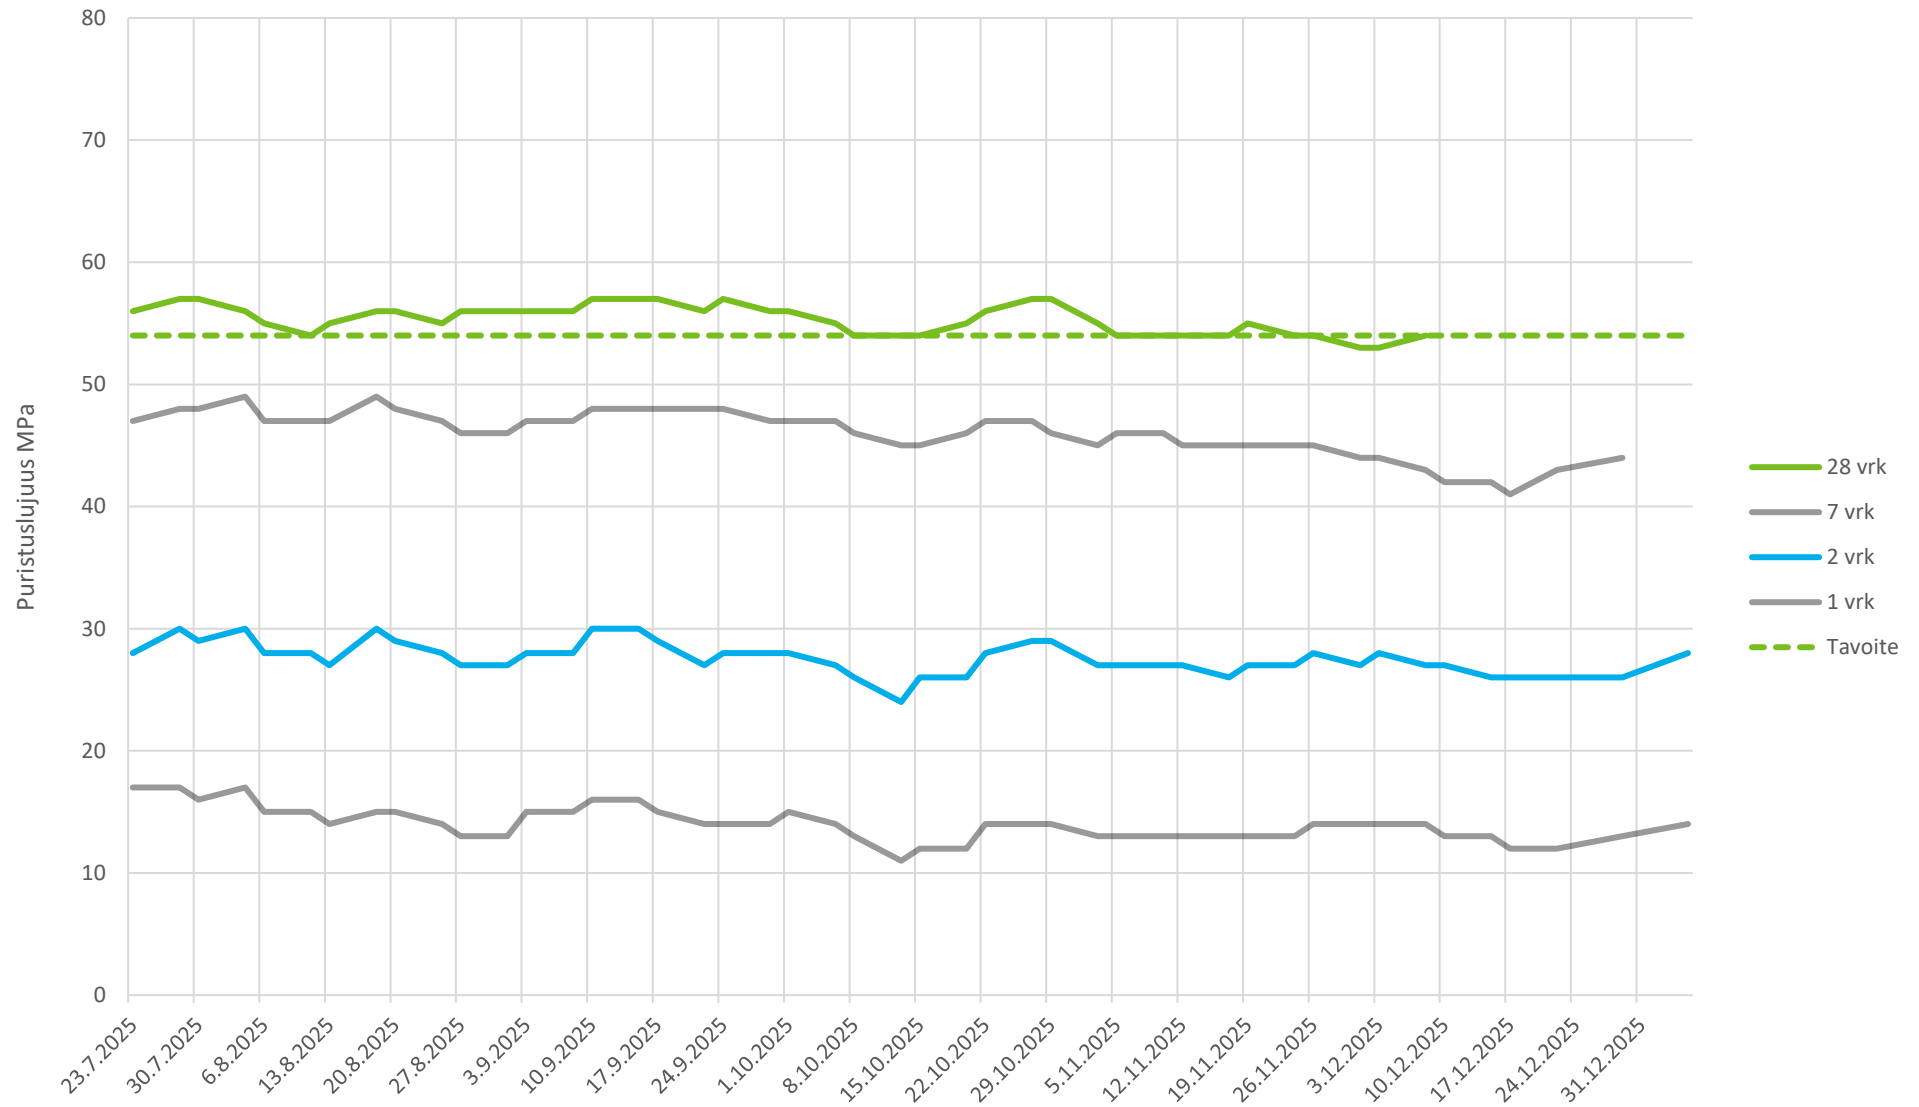


Oiva-sementti Kantvik CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

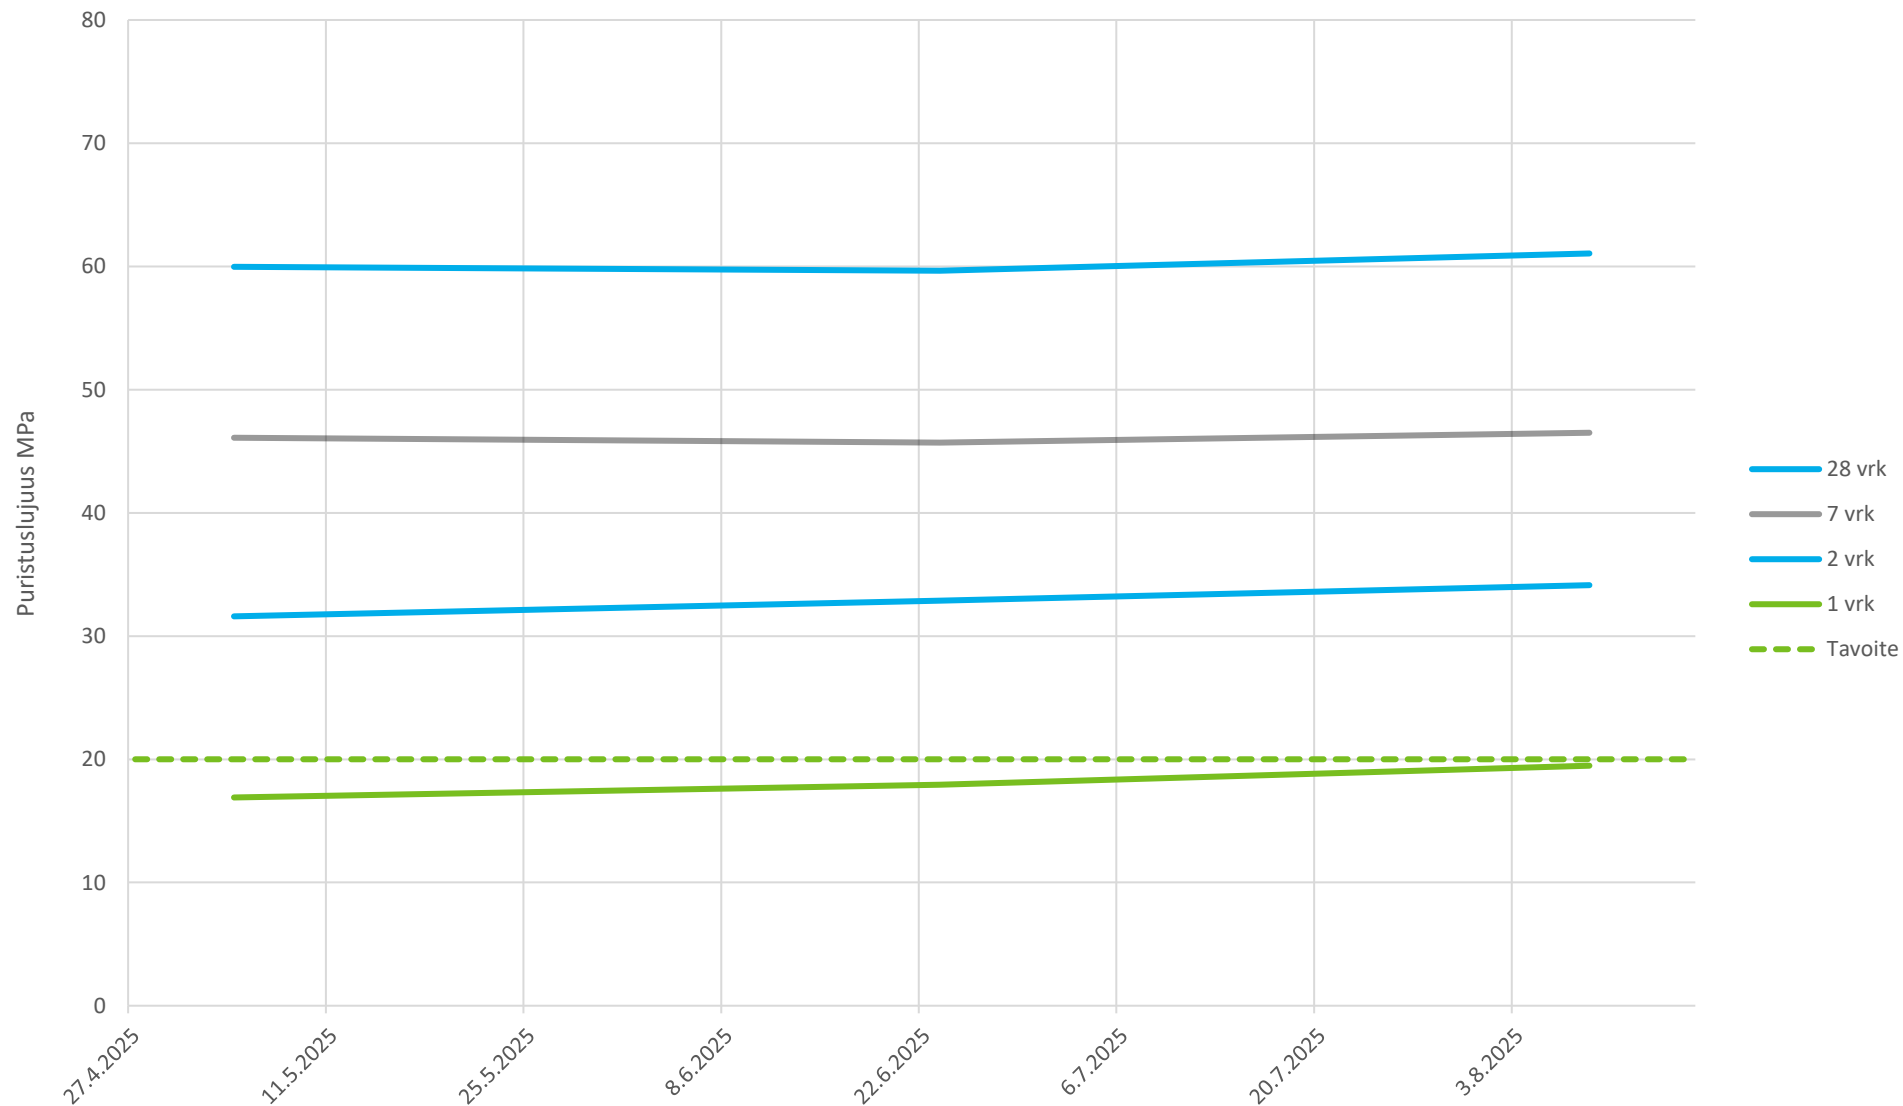


Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

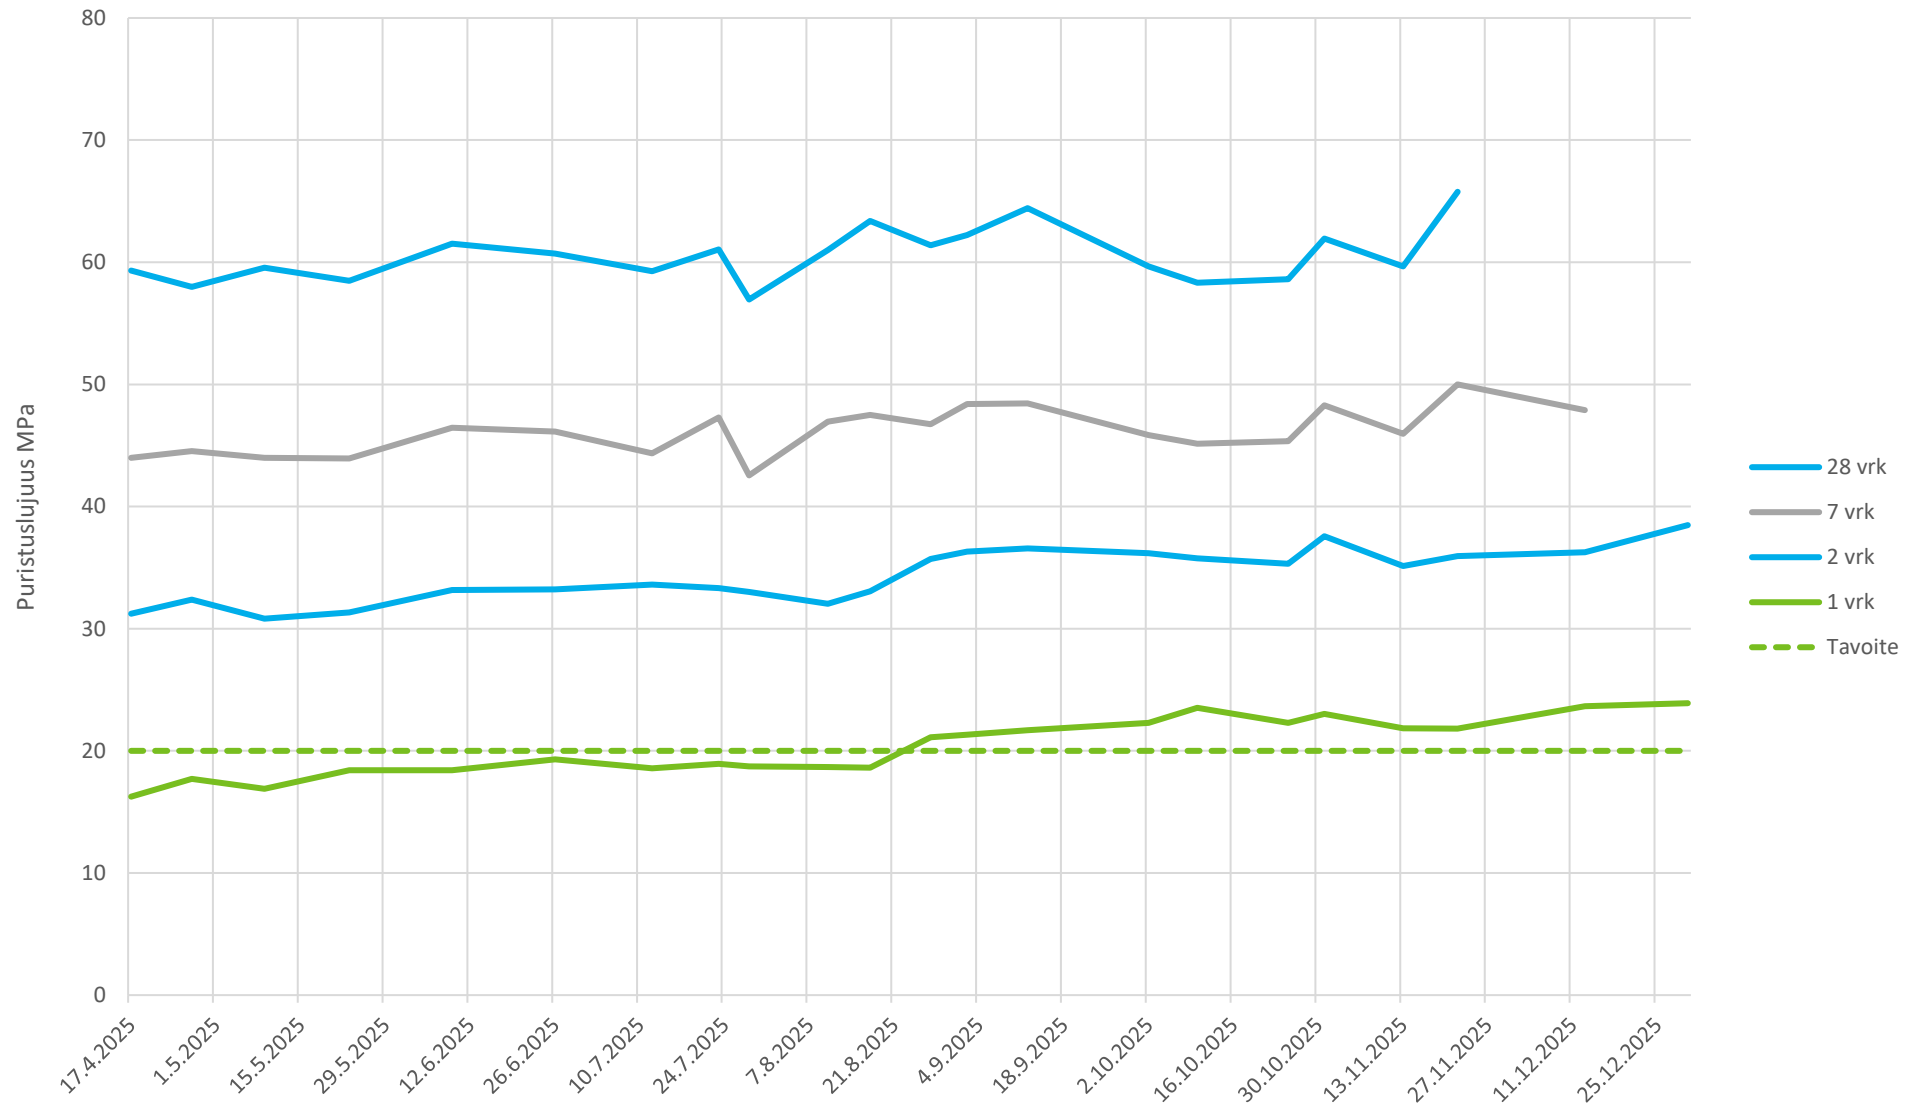


Pikaseementti Pietarsaari CEM I 52,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

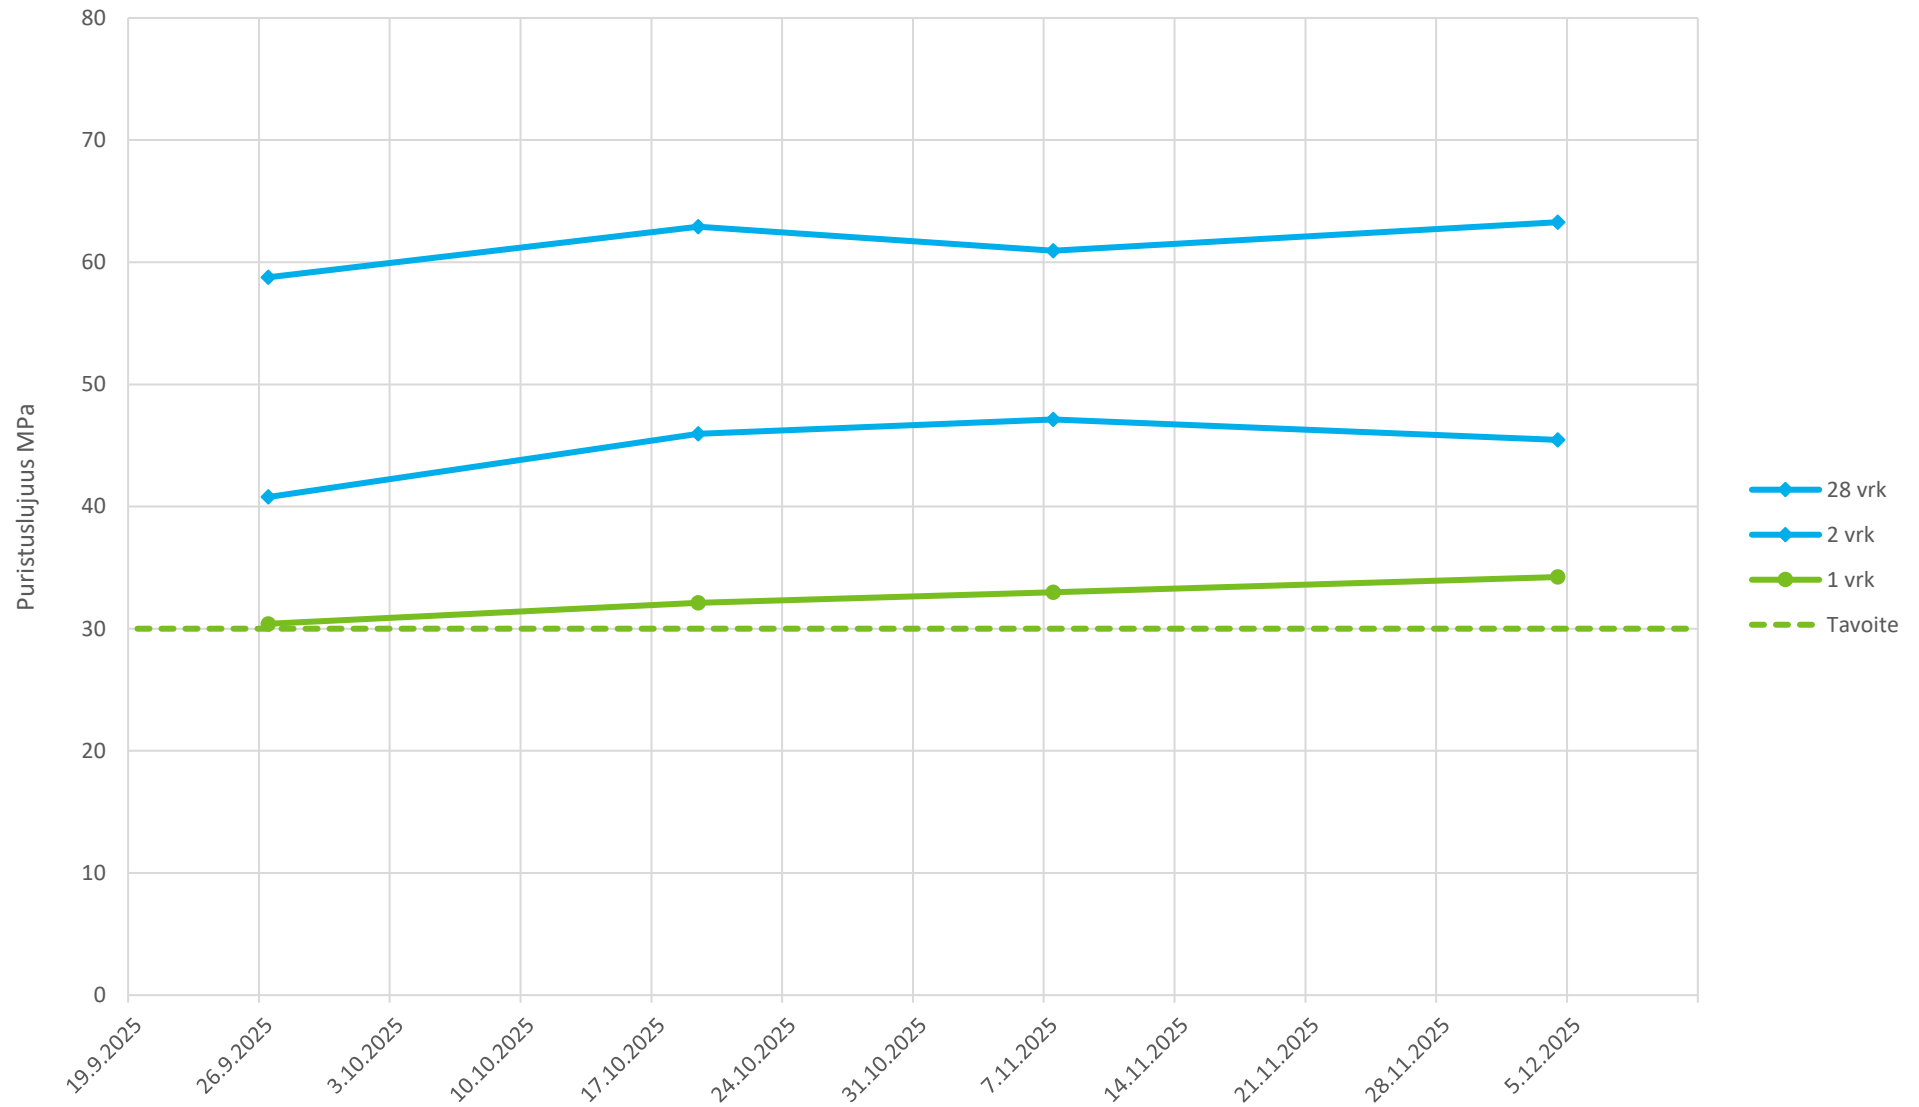


Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

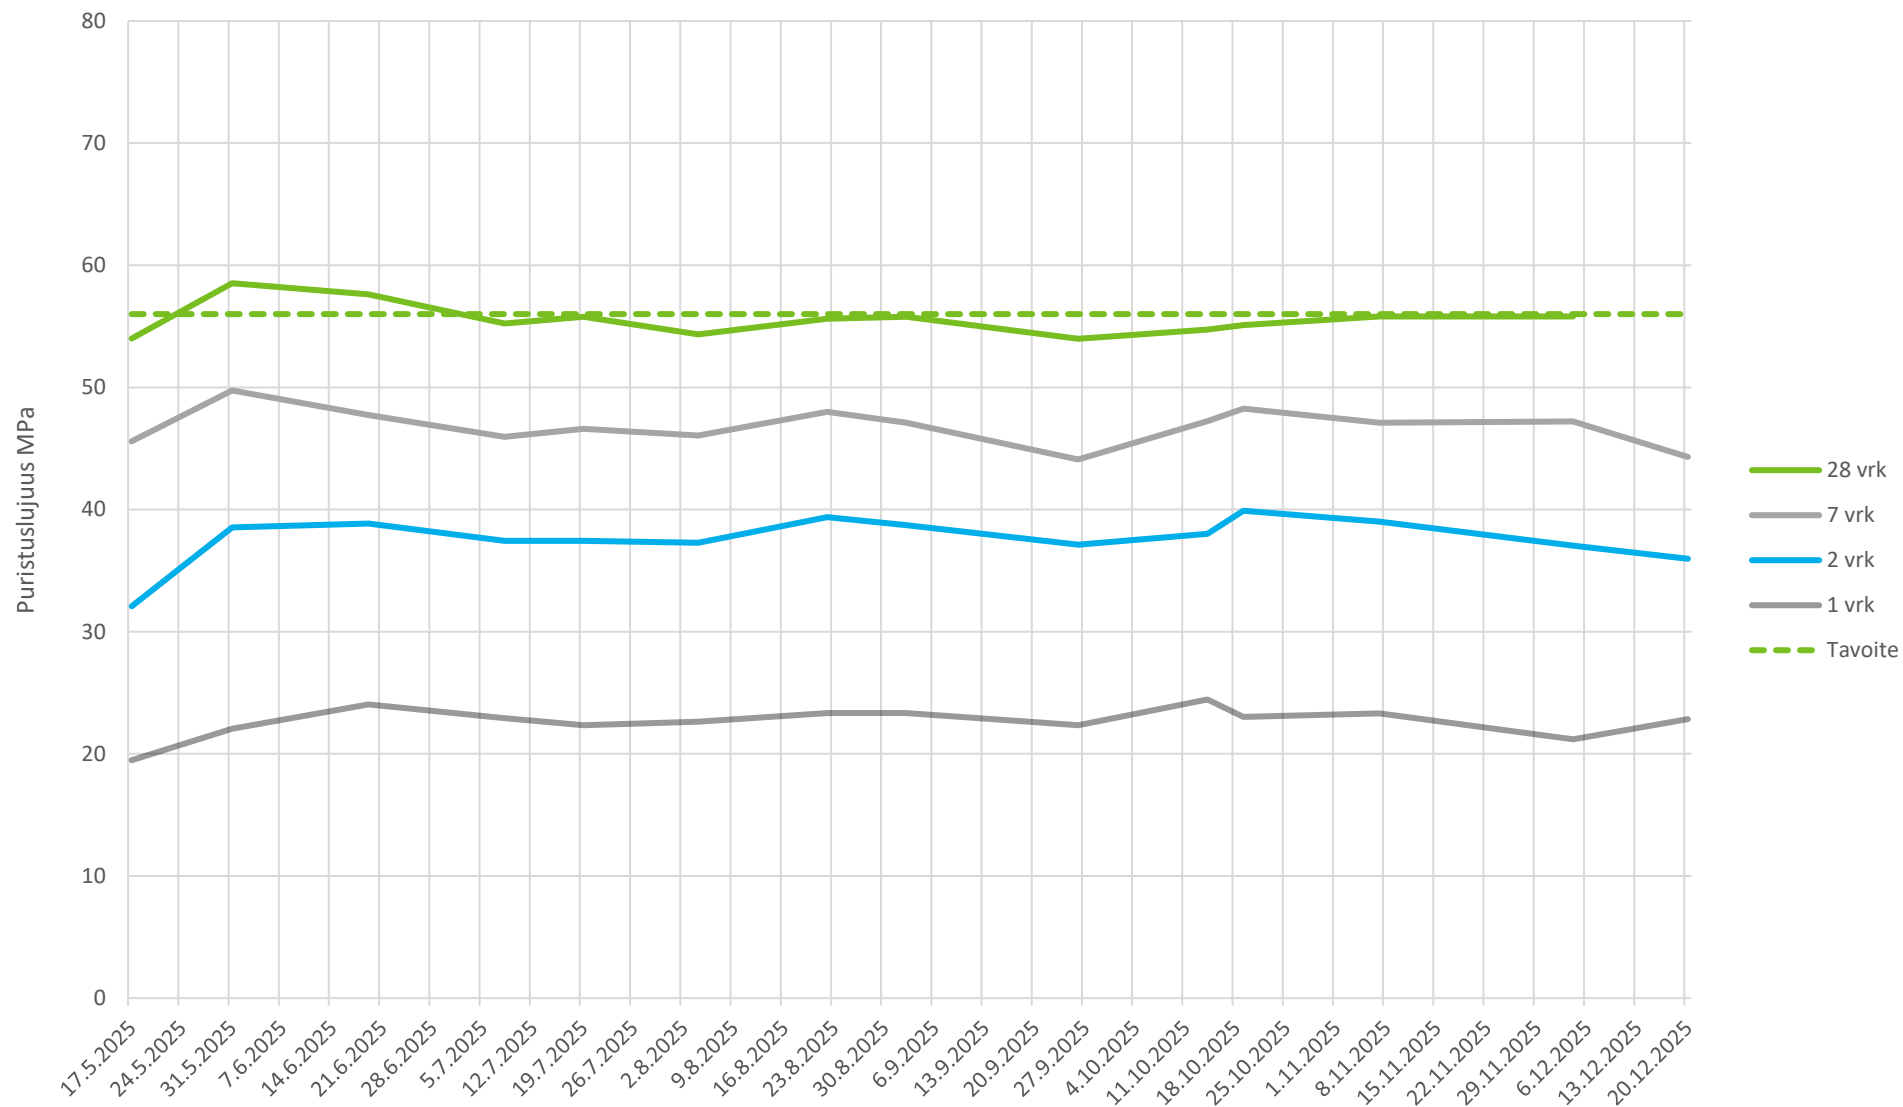


Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

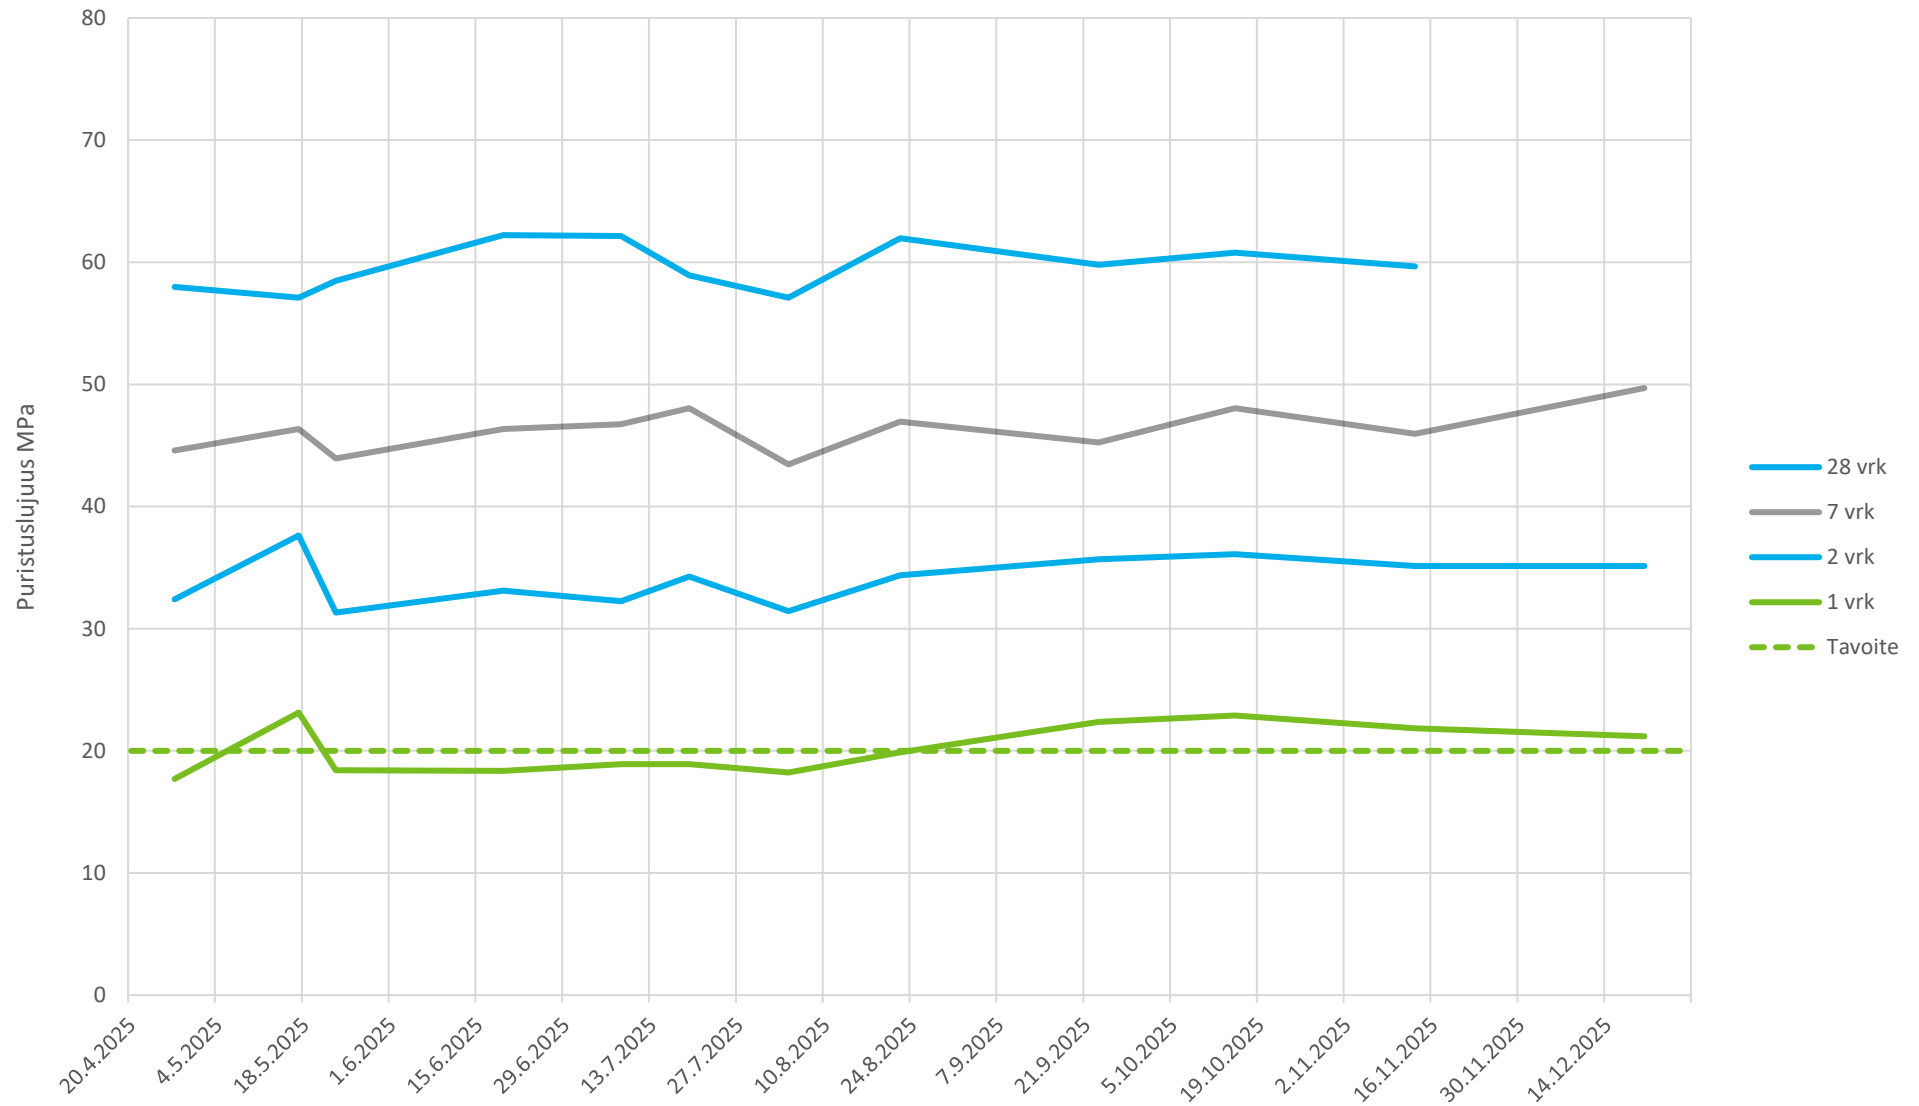


Rapidsementti Maarianhamina CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

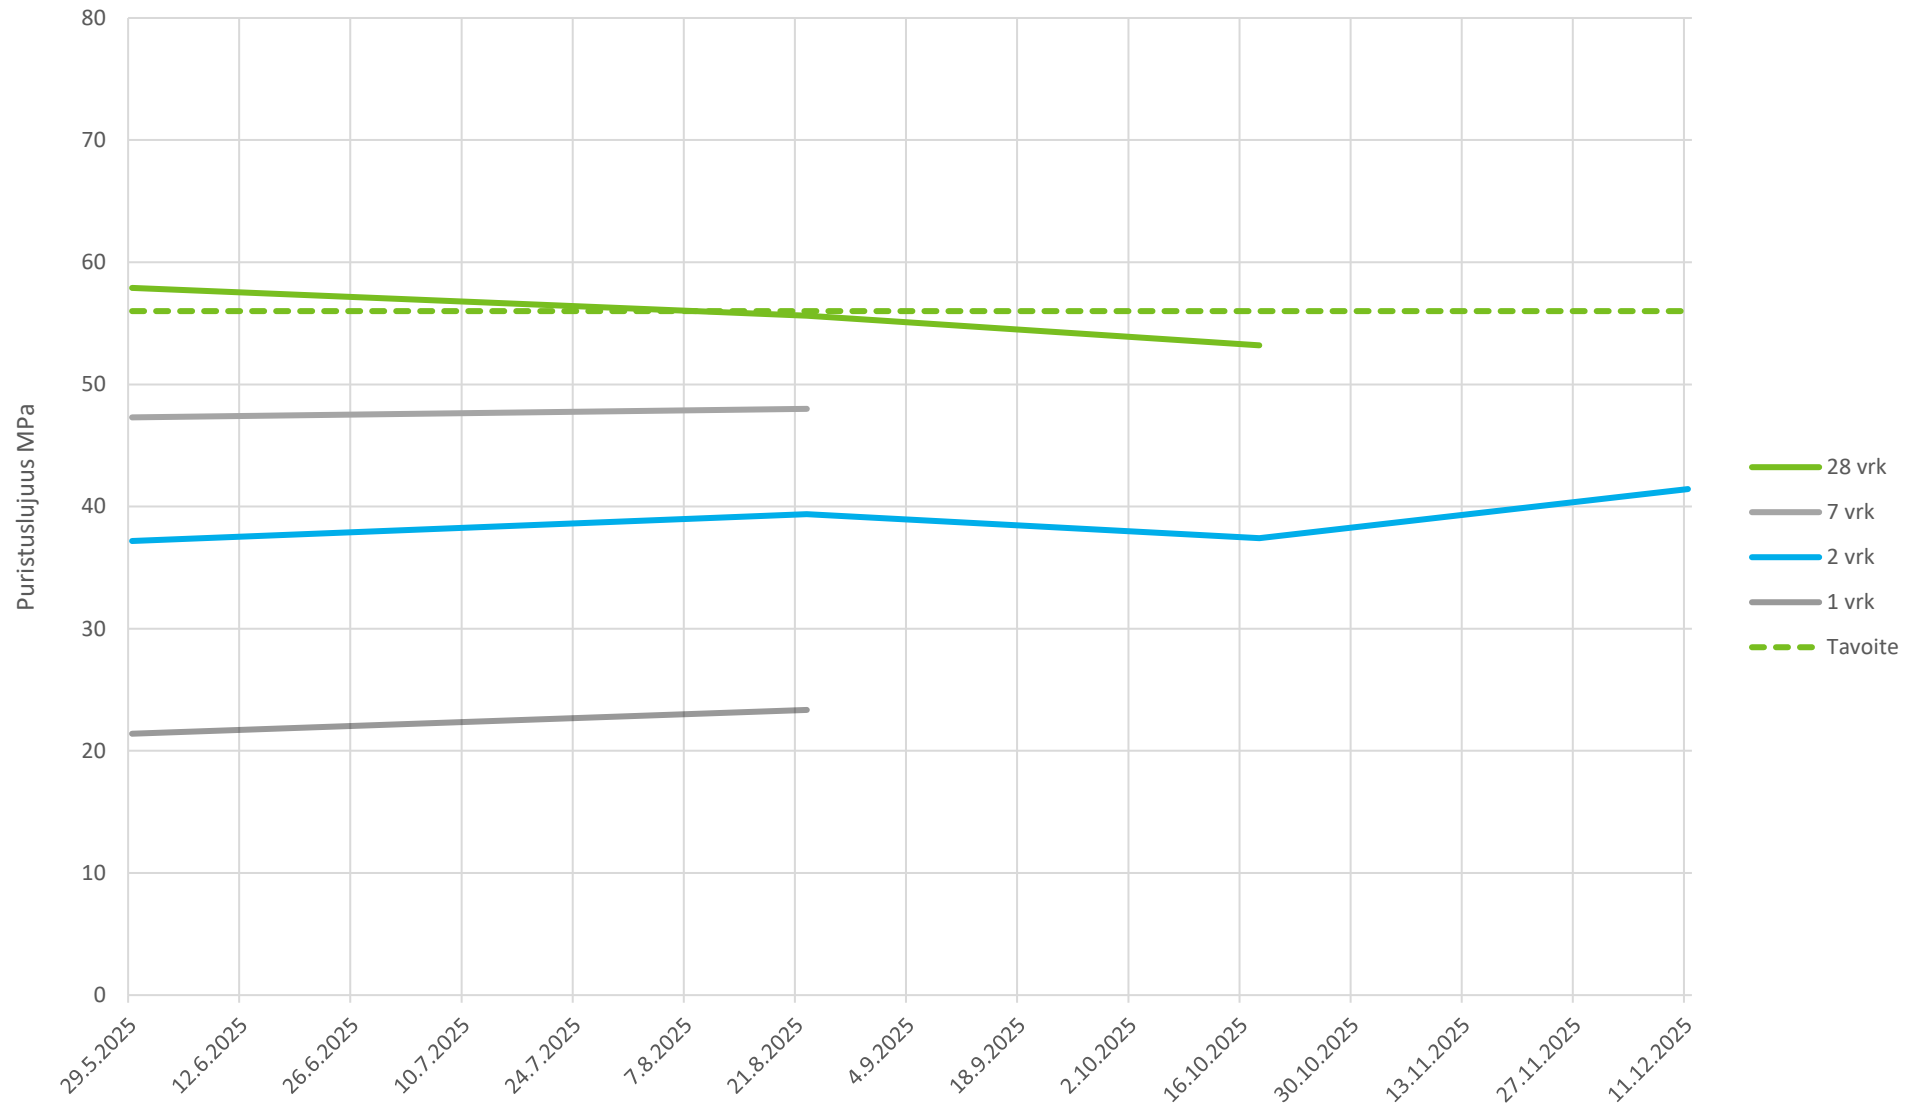

Kolmossementti Vihreäsaari CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

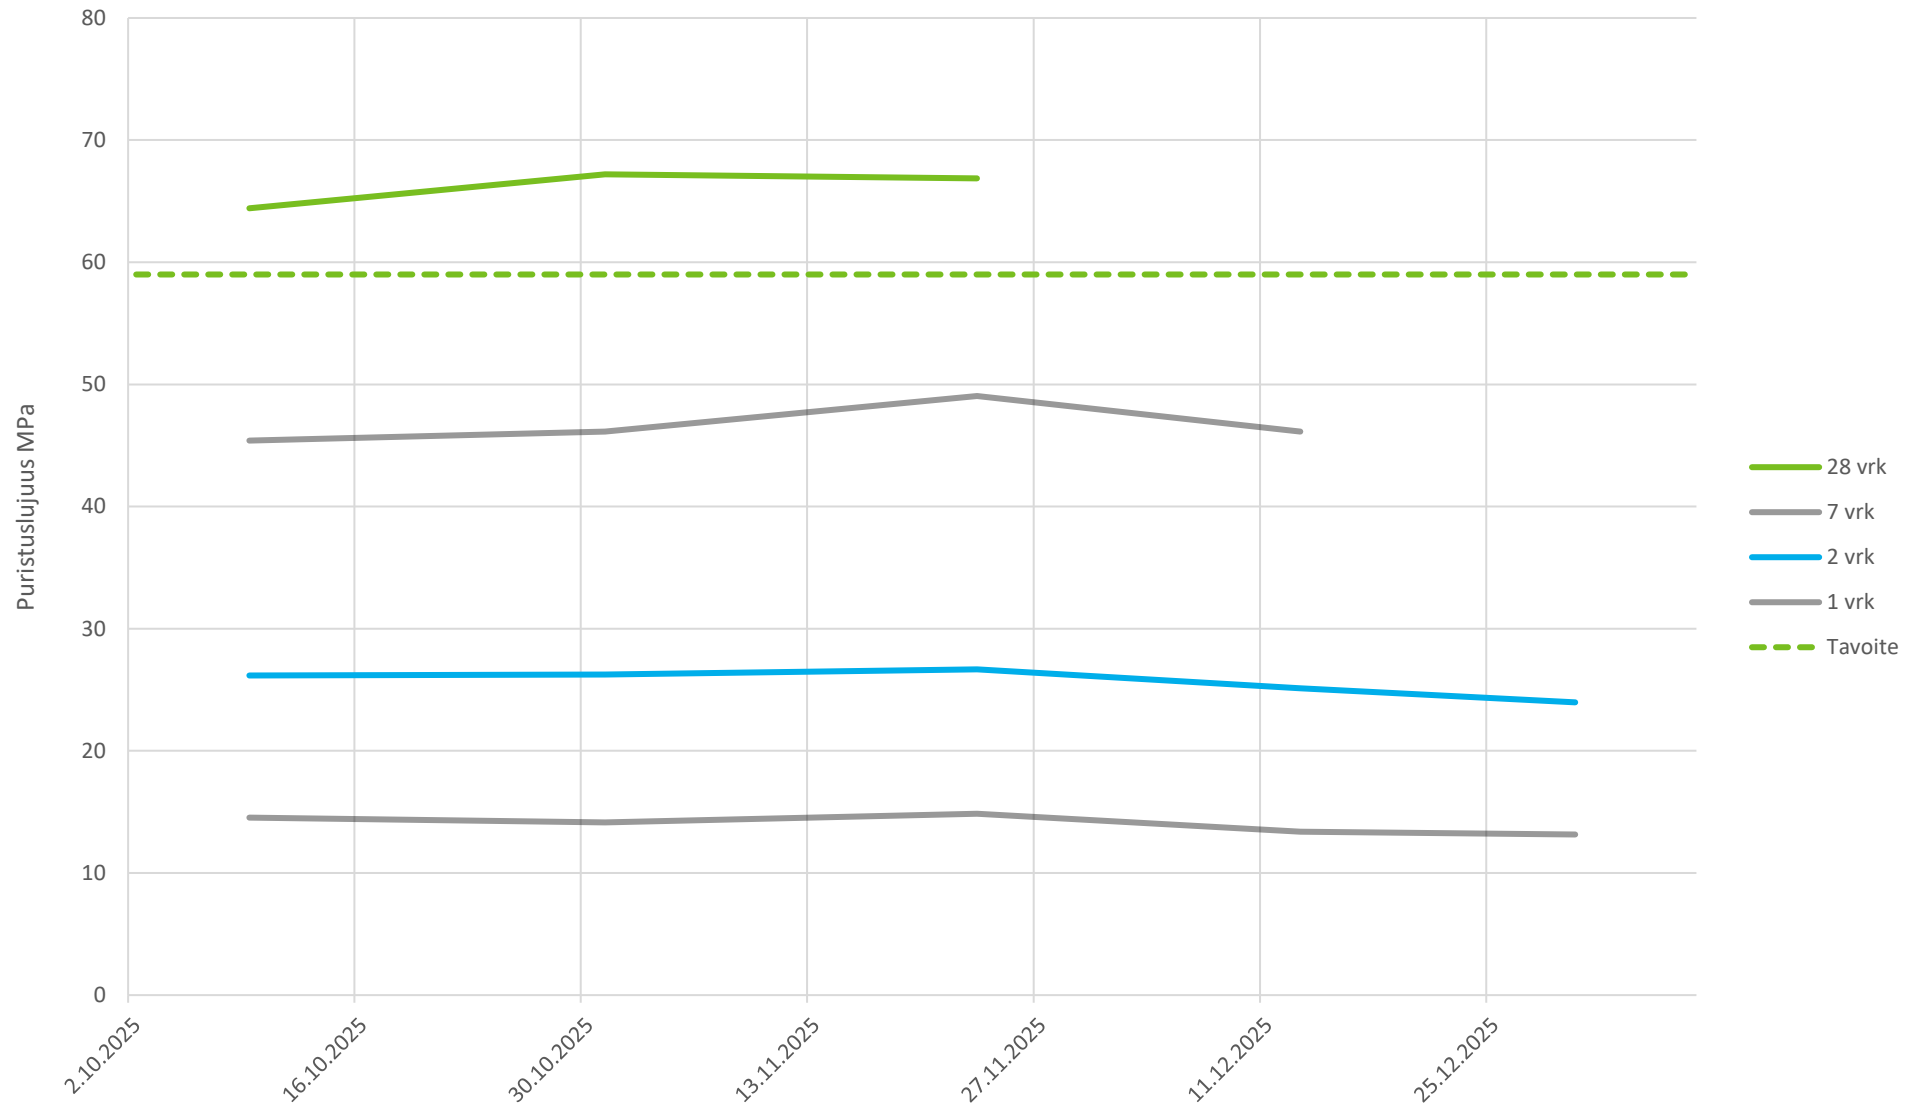

KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

