

Laatuinformaatio vko 33

pvm:

14.8.2020

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY**Parainen**

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	03.08.	27	29.07.	39	08.07.	46	430	36	10	15						
	05.08.	27	03.08.	39	13.07.	46										
	10.08.	28	05.08.	39	15.07.	46										
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	05.08.	24	29.07.	47	08.07.	54	460	32	7	0						
	10.08.	24	03.08.	47	13.07.	54										
12.08.	24	05.08.	48	15.07.	55											
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	05.08.	32	03.08.	45	08.07.	61	560	35	4							
	10.08.	32	05.08.	46	13.07.	61										
12.08.	32	10.08.	46	15.07.	61											
Valkoseimentti * CEM I 52.5 R - SR5	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	30.05.	25	30.05.	62	30.05.	70	410	81	0	0						

Lappeenranta

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m ² /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-seimentti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	03.08.	25	29.07.	41	08.07.	52	450	33	17	6						
	05.08.	25	03.08.	41	13.07.	51										
	10.08.	25	05.08.	40	15.07.	51										
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	03.08.	22	29.07.	50	08.07.	61	500	31	10	0						
	05.08.	22	03.08.	50	13.07.	61										
10.08.	22	05.08.	50	15.07.	61											
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	05.08.	29	03.08.	43	08.07.	67	550	30	3	0						
	10.08.	29	05.08.	42	13.07.	68										
12.08.	30	10.08.	43	15.07.	67											
SR-seimentti CEM I 42.5 N - SR3	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona						
	03.08.	27	29.07.	44	08.07.	56	360	22	4	0						
	05.08.	28	03.08.	43	13.07.	56										
10.08.	29	05.08.	43	15.07.	56											

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
03.08.	377	27.07.	52 %	06.07.	79 %
06.08.	368	30.07.	52 %	09.07.	79 %
10.08.	365	03.08.	53 %	13.07.	79 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Pekka Rajala 0201 206 342

Sini Ruokonen 0201 206 209


Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

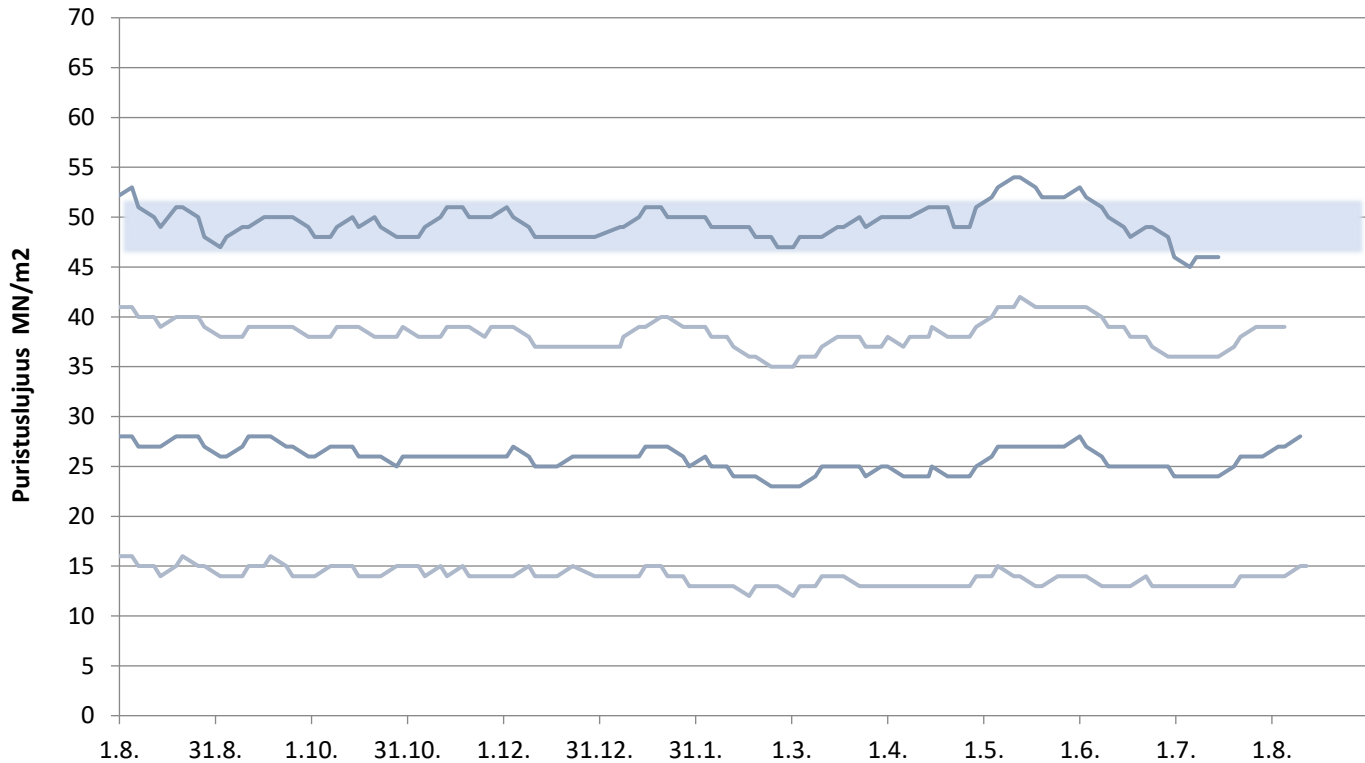


Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

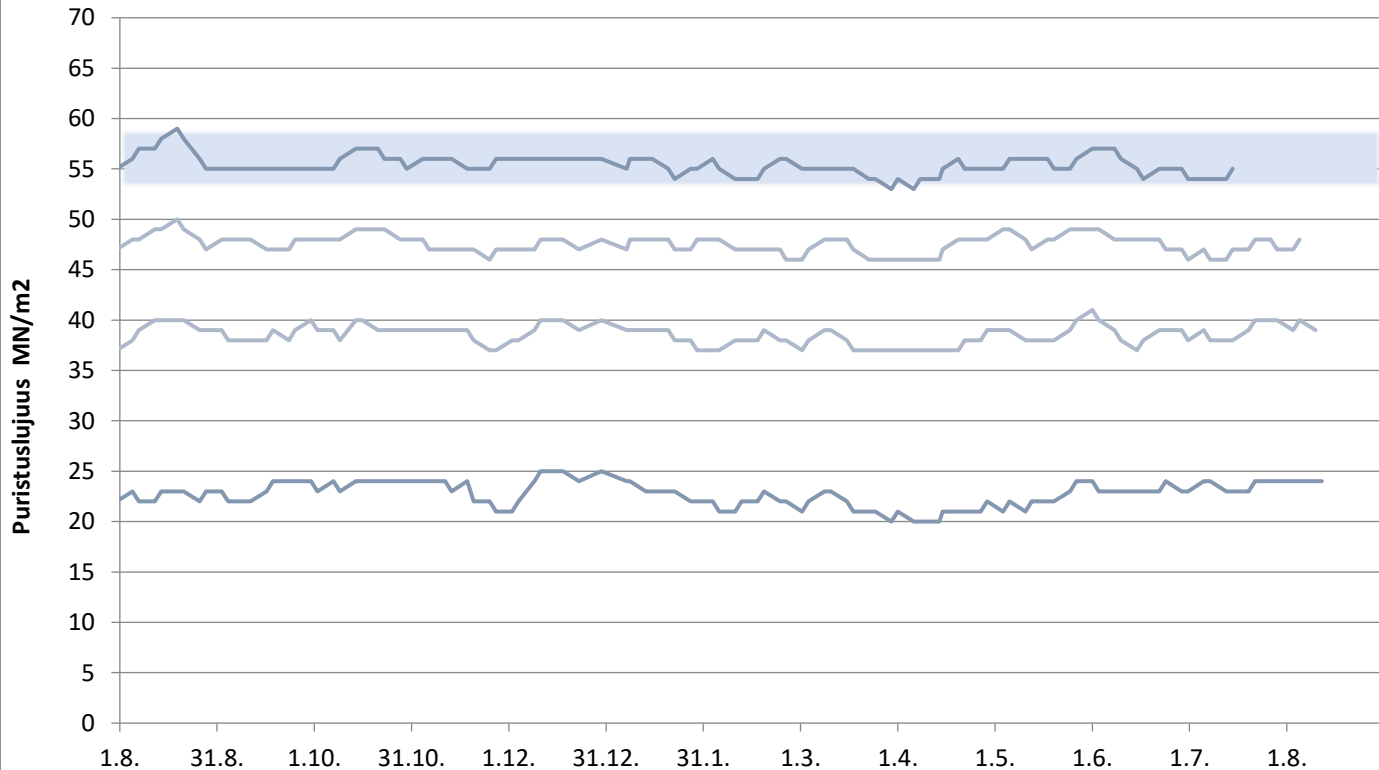

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

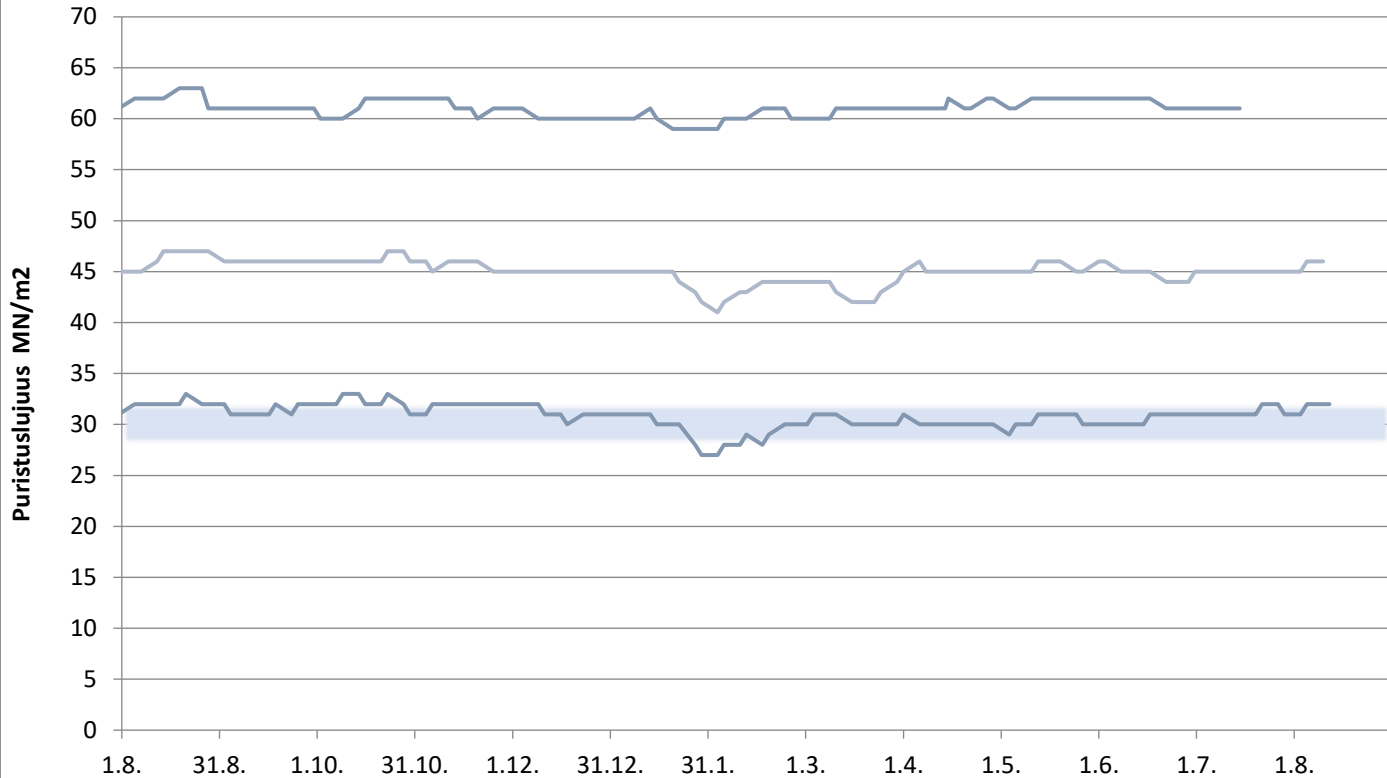


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 14.8.2020


Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

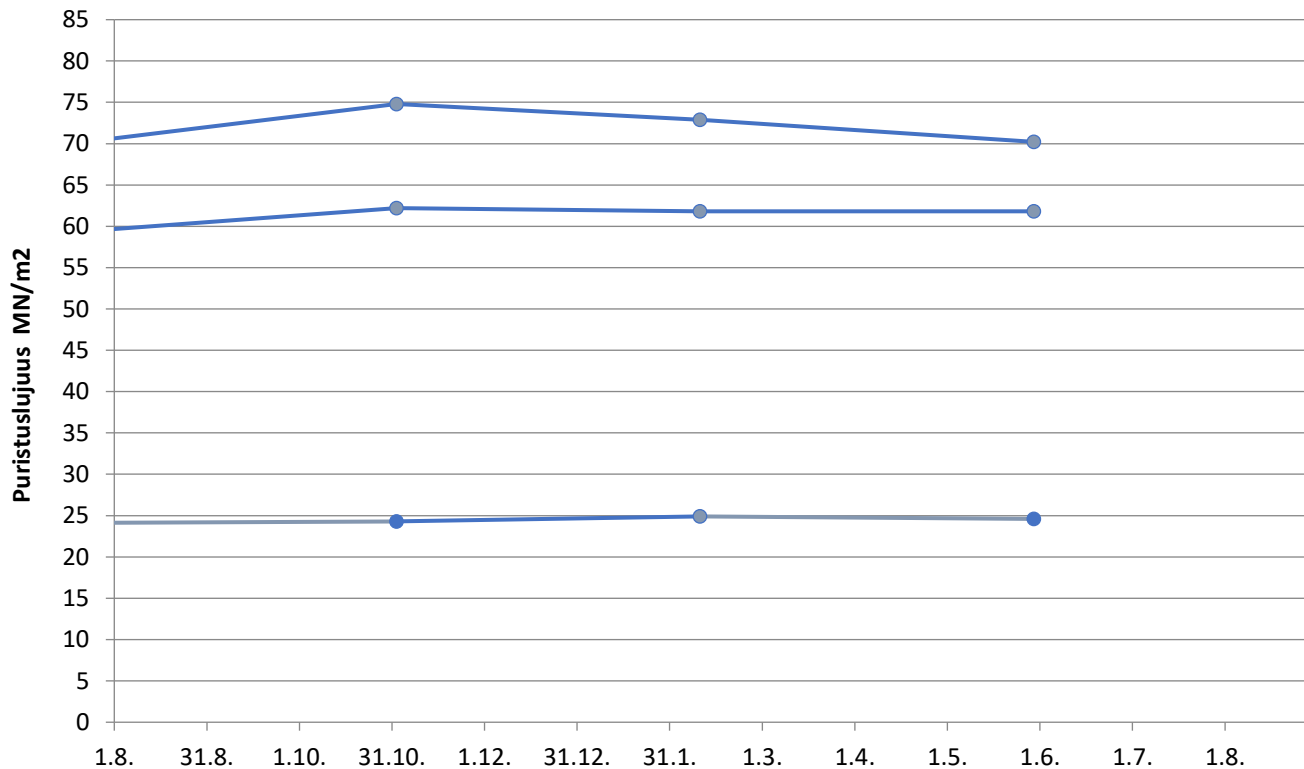


Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

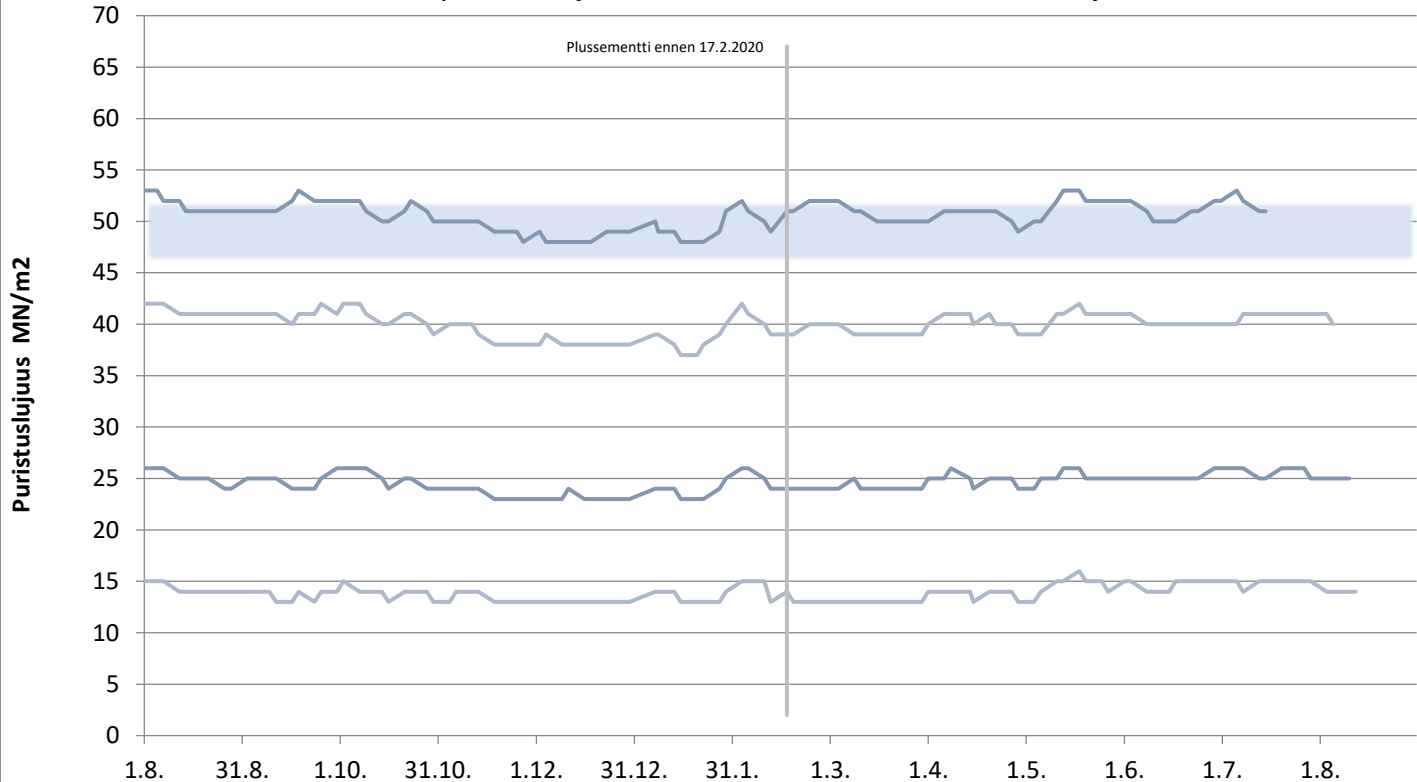


Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

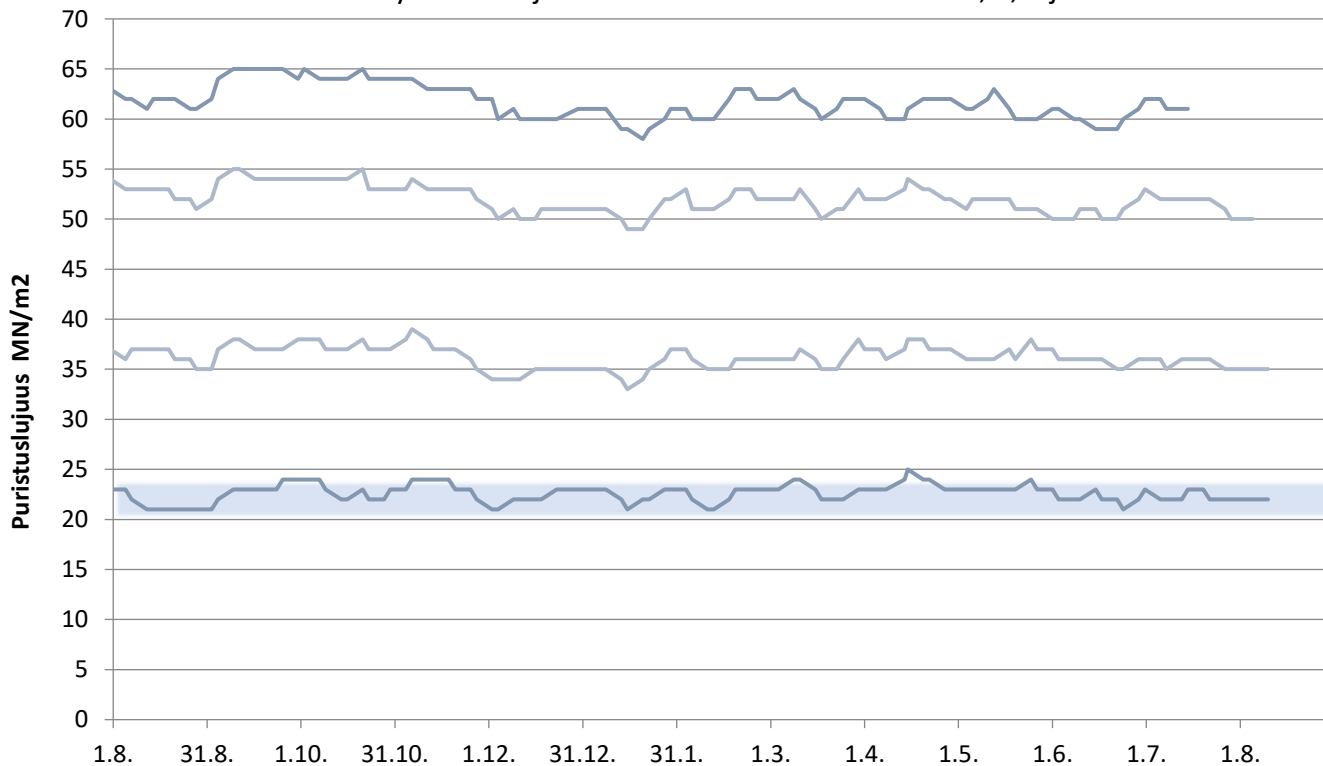


Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

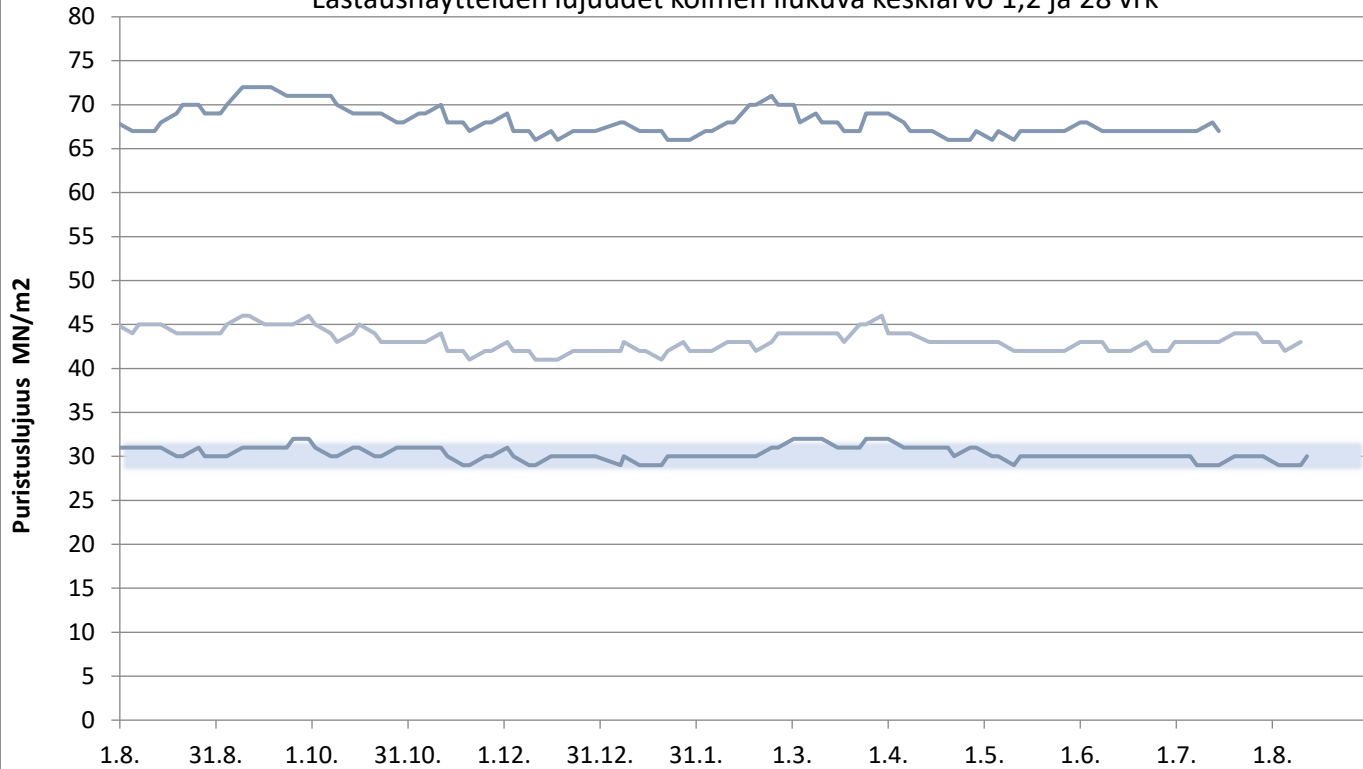


Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

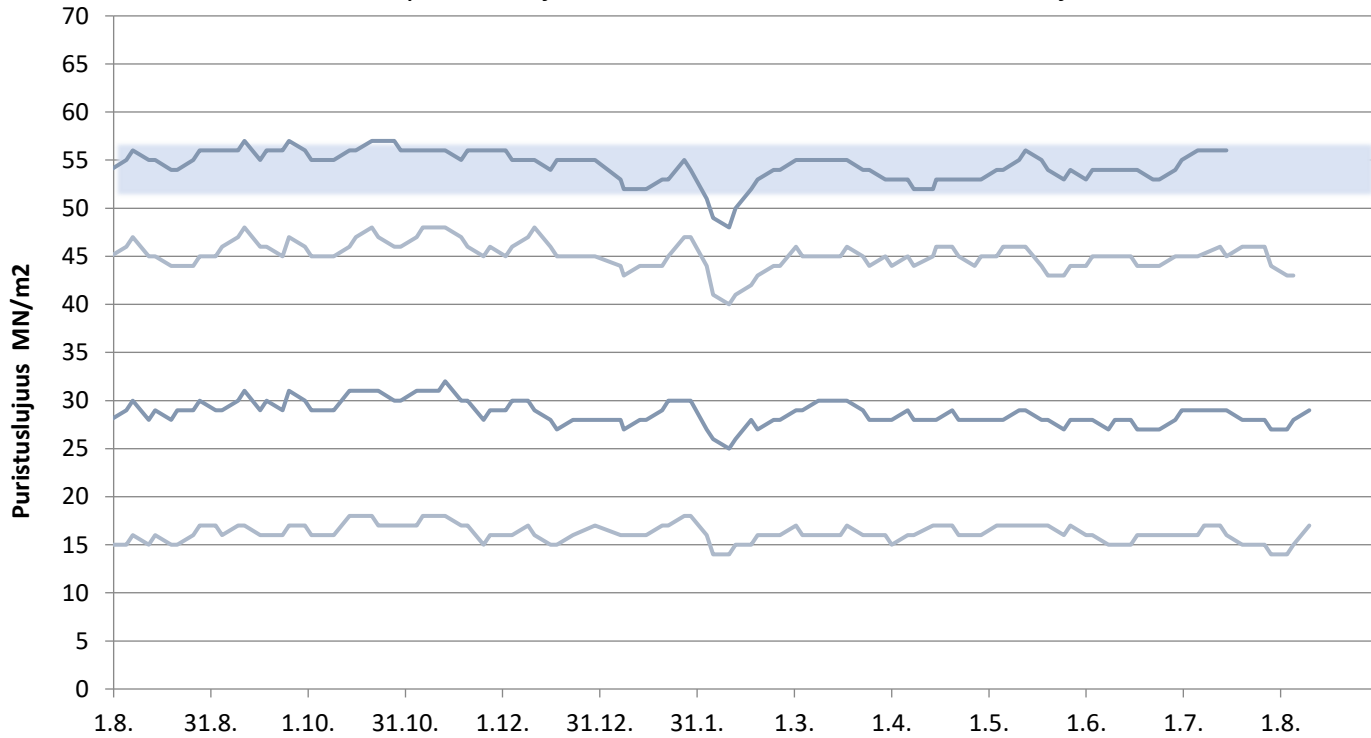


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

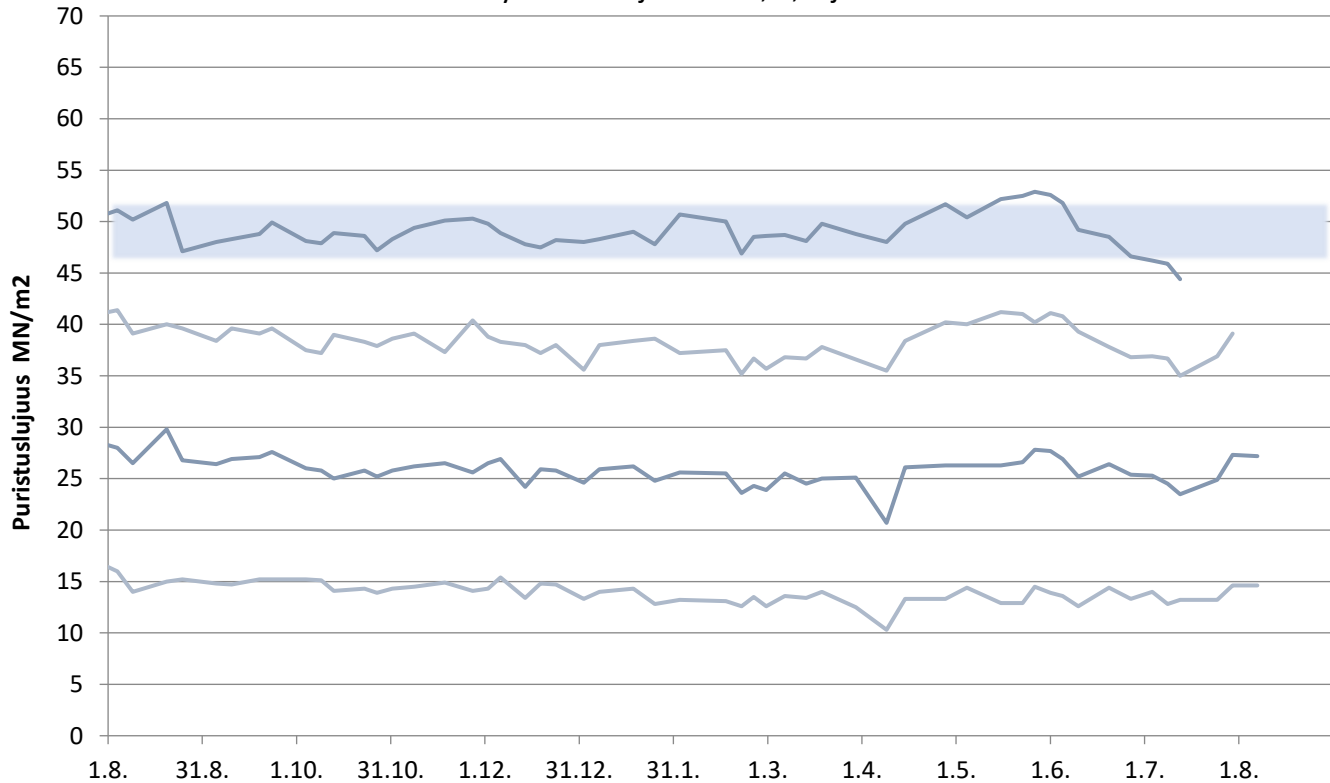


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

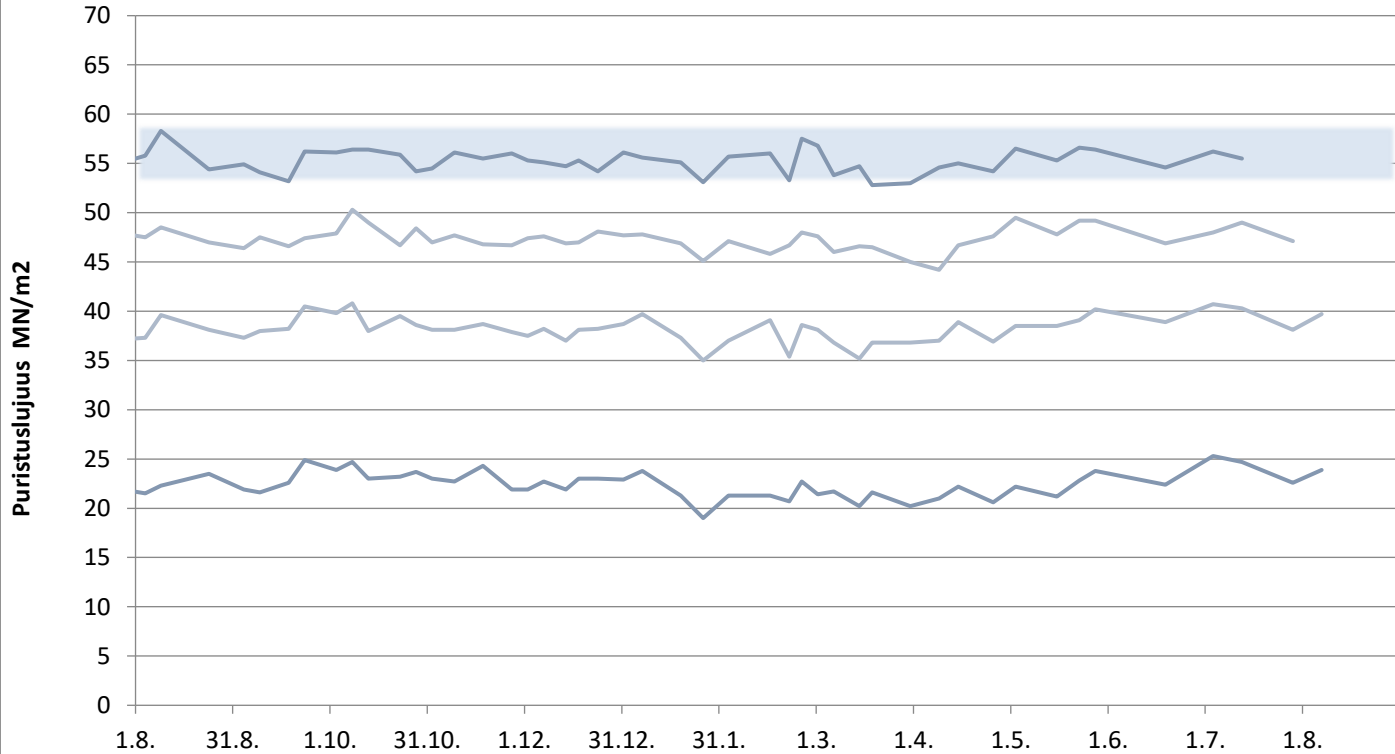


Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

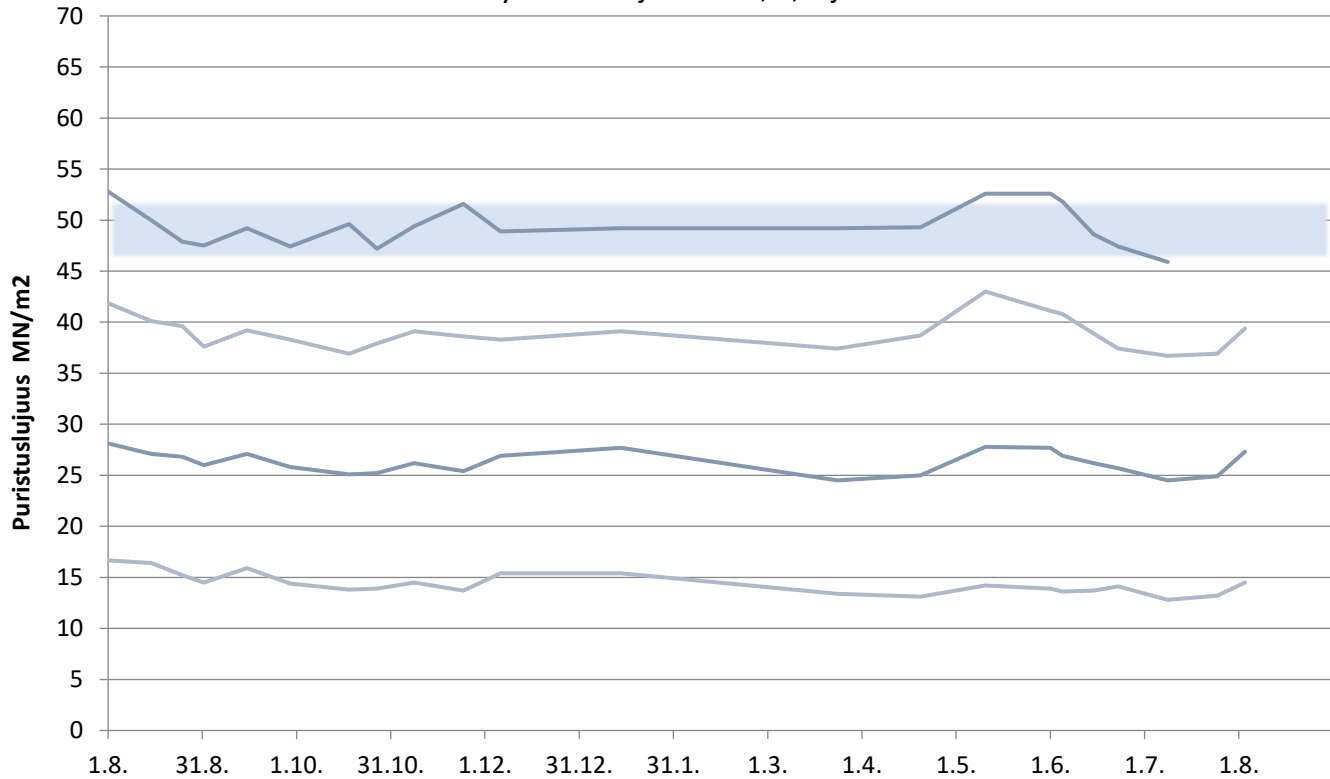


Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

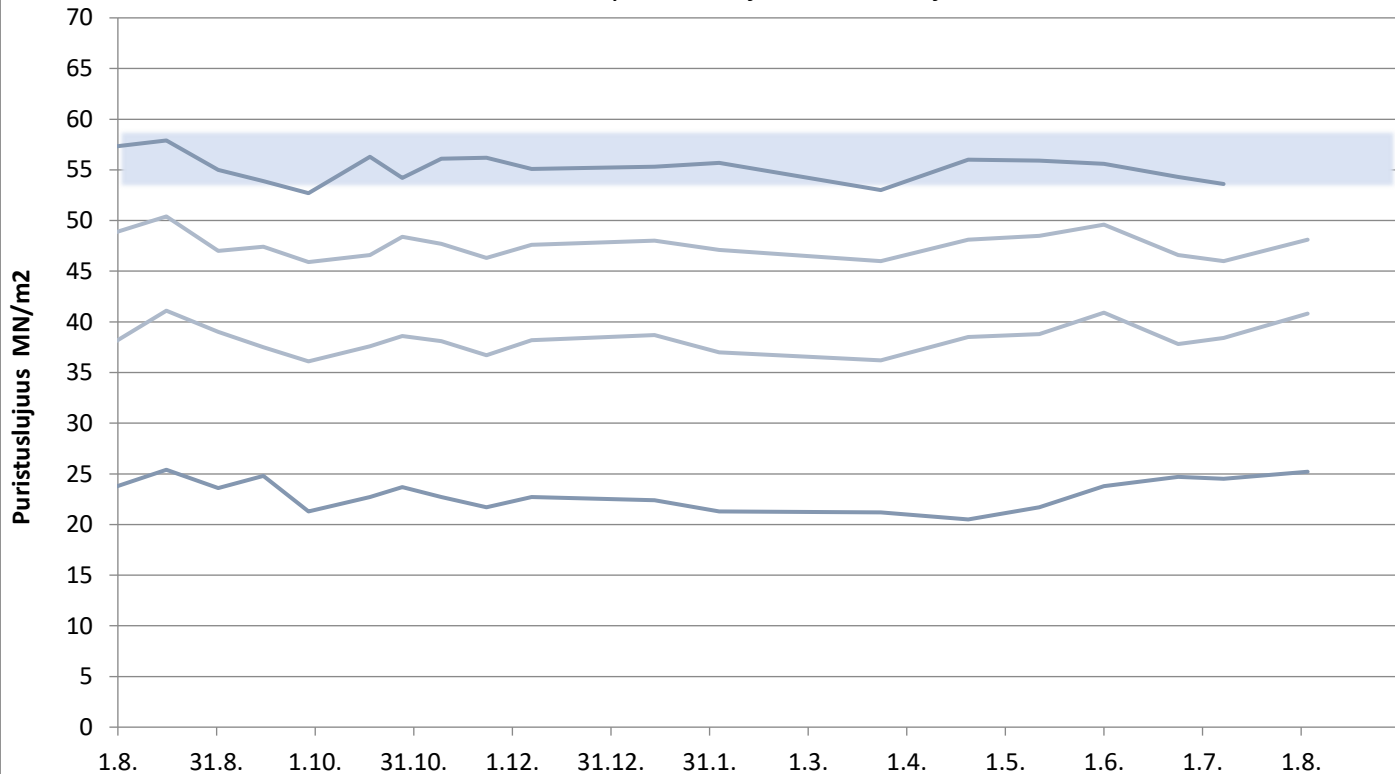


Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

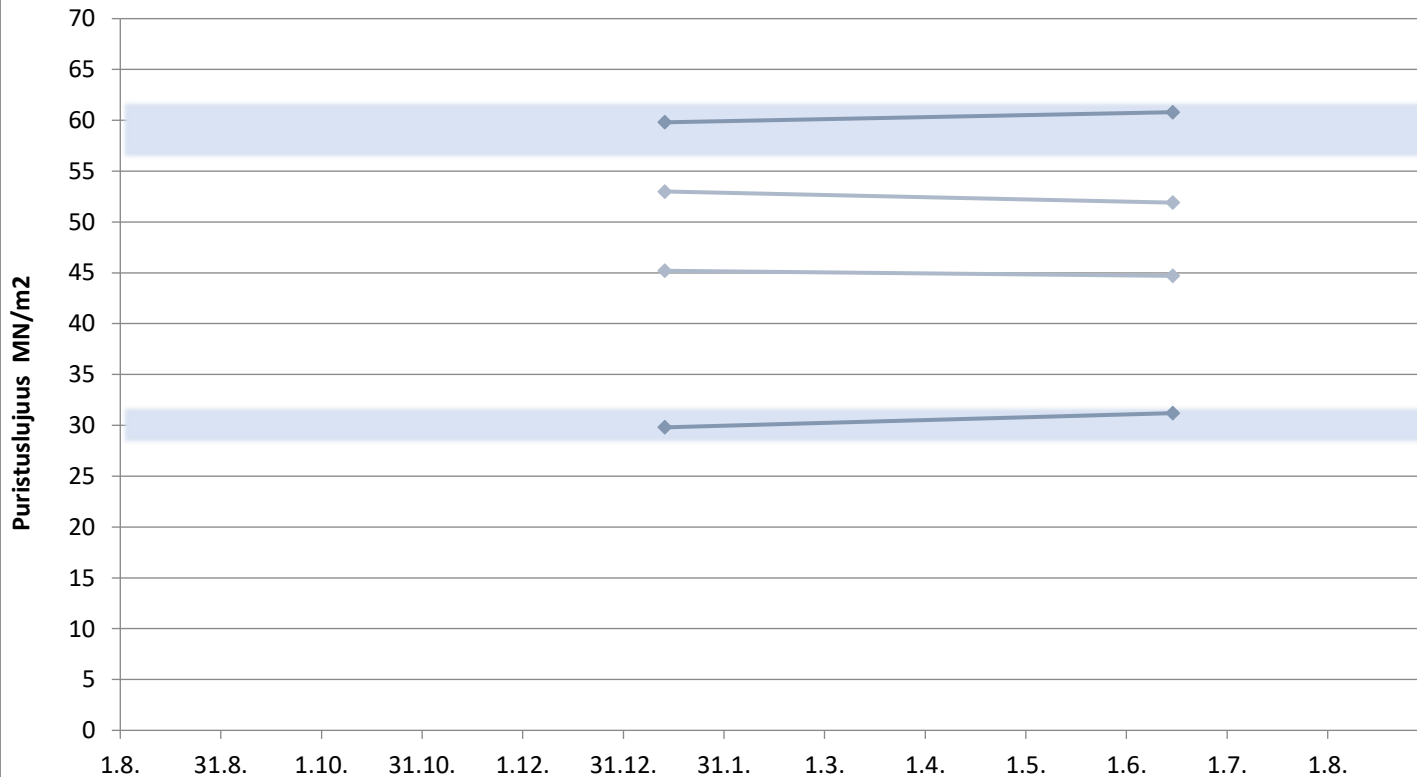

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

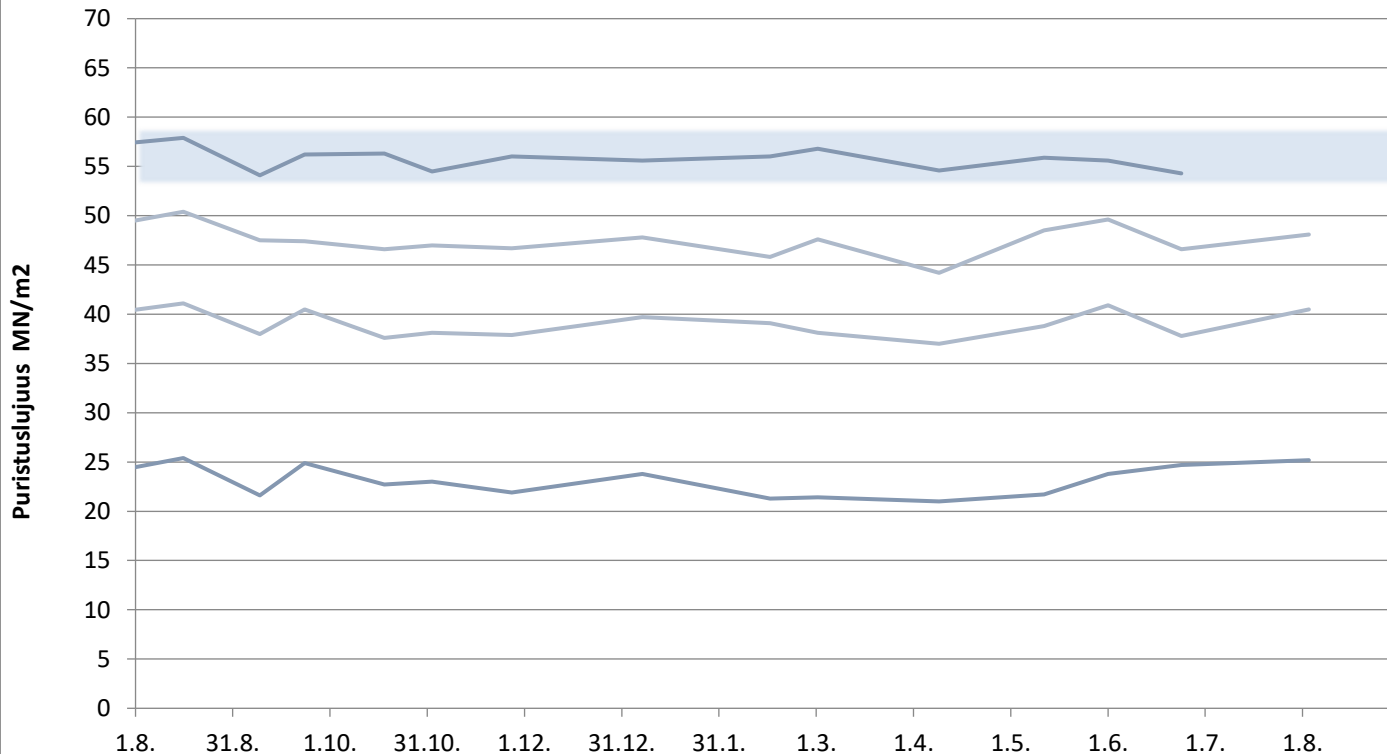

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

