

Laatuinformaatio vko 25

pvm:

20.6.2019

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivuserien tuloksia

FINNSEMENTTI

A CRH COMPANY

Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	10.06.	30	05.06.	41	13.05.	50				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	12.06.	29	10.06.	41	15.05.	50	460	34	8	16
	17.06.	28	12.06.	40	20.05.	51				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	10.06.	21	05.06.	46	13.05.	56				
CEM II/A-LL 42.5 R	12.06.	22	10.06.	44	15.05.	56	460	31	7	0
	17.06.	22	12.06.	44	20.05.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	10.06.	31	10.06.	46	13.05.	60				
CEM I 52.5 R	12.06.	31	12.06.	46	15.05.	60	560	32	4	
	17.06.	32	17.06.	46	20.05.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti *	10.04.	22	10.04.	59	10.04.	71	400	81	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti	10.06.	24	05.06.	39	15.05.	49				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	12.06.	24	10.06.	40	20.05.	50	440	33	13	8
	17.06.	24	12.06.	39	22.05.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	10.06.	22	03.06.	53	15.05.	61				
CEM II/A-LL 52.5 N	12.06.	22	05.06.	52	20.05.	62	500	30	8	0
	17.06.	23	10.06.	52	22.05.	62				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	10.06.	30	10.06.	45	15.05.	66				
CEM I 52.5 R	12.06.	31	12.06.	45	20.05.	66	560	29	2	0
	17.06.	30	17.06.	44	22.05.	67				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	05.06.	29	03.06.	45	15.05.	55				
CEM I 42.5 N - SR3	10.06.	29	05.06.	45	20.05.	55	370	23	4	0
	12.06.	29	10.06.	45	22.05.	55				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti*	23.10.	18	23.10.	30	23.10.	56	400	33	3.5	0
CEM I 52.5 N										

Raahen kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous		Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg	pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
10.06.	403	30.05.	71 %	09.05.	105 %
13.06.	407	04.06.	70 %	13.05.	103 %
17.06.	411	06.06.	69 %	16.05.	103 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447

Heikki Alarautalahti 0201 206 204


Sini Ruokonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Tekninen neuvontamme antaa mielellään lisätietoja 0201206200

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

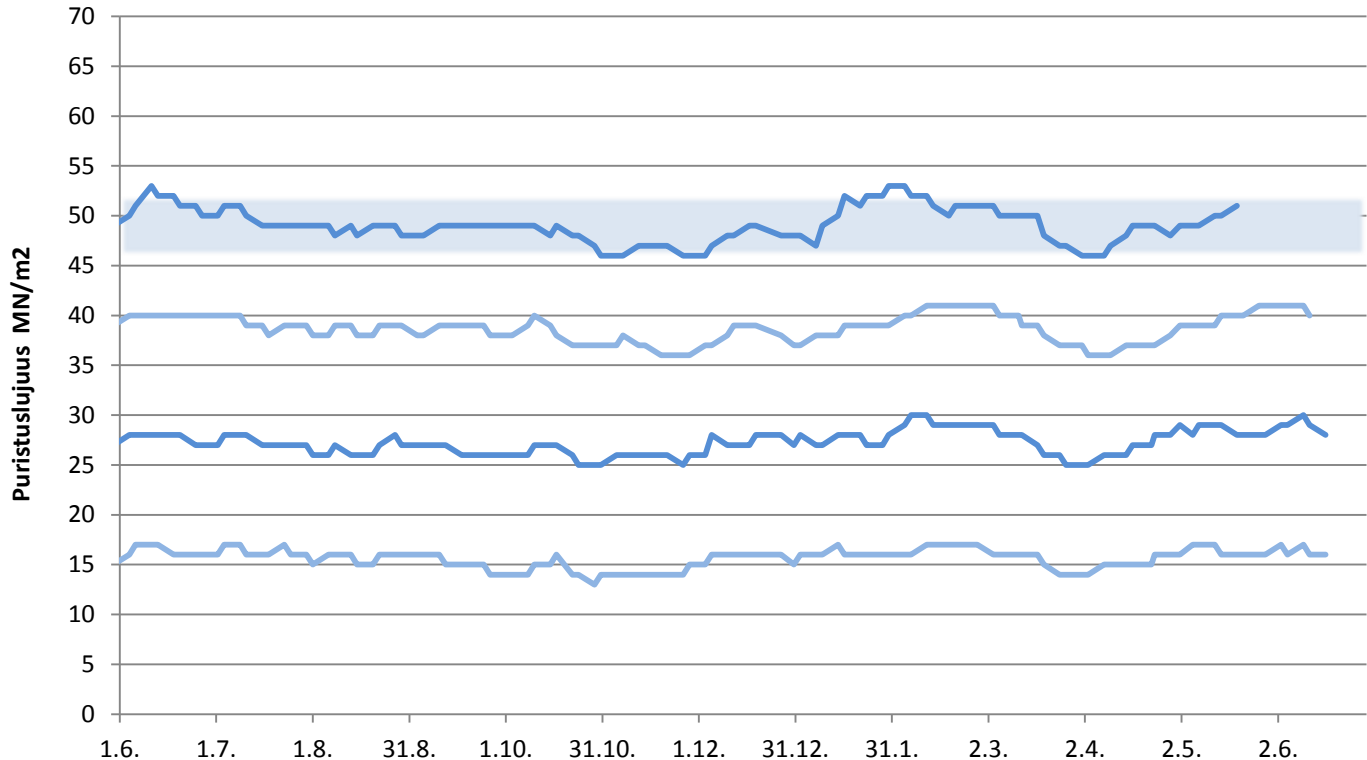


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

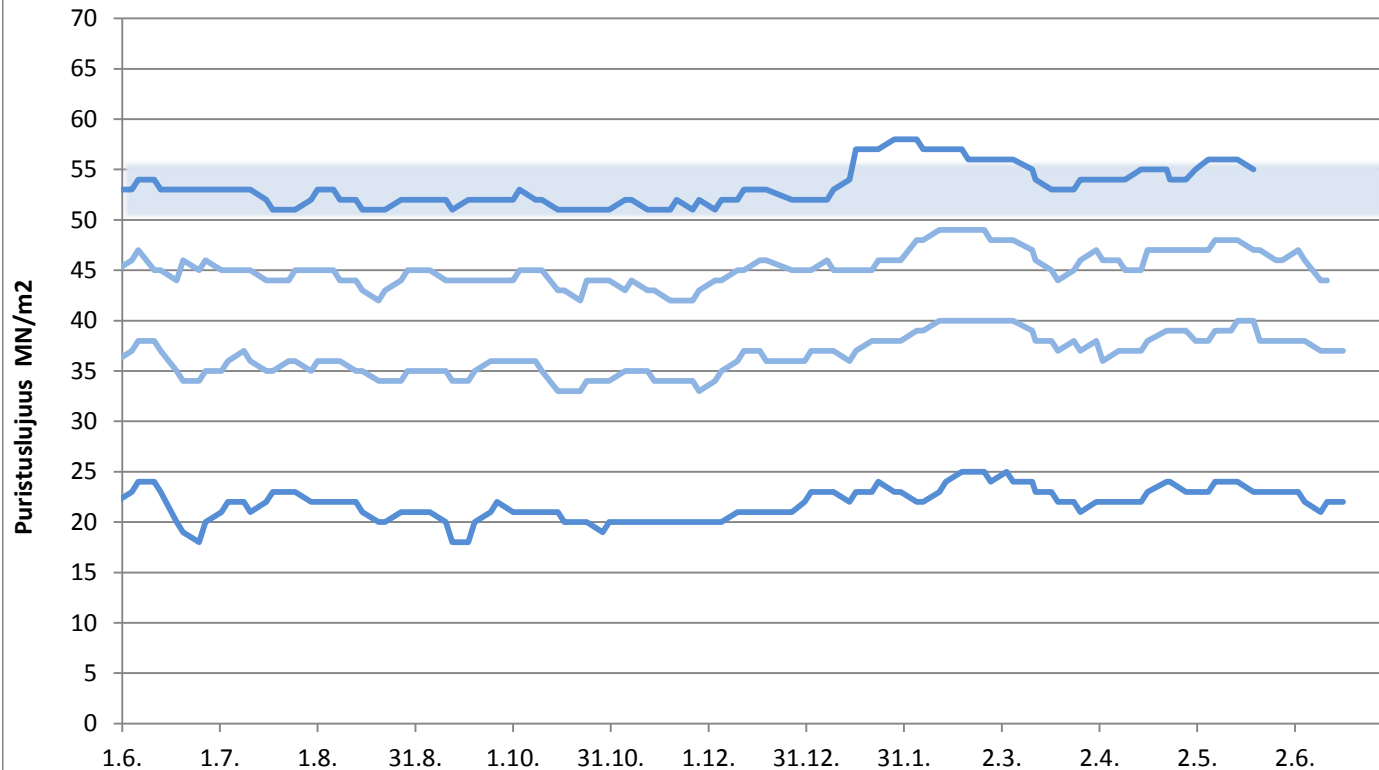


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

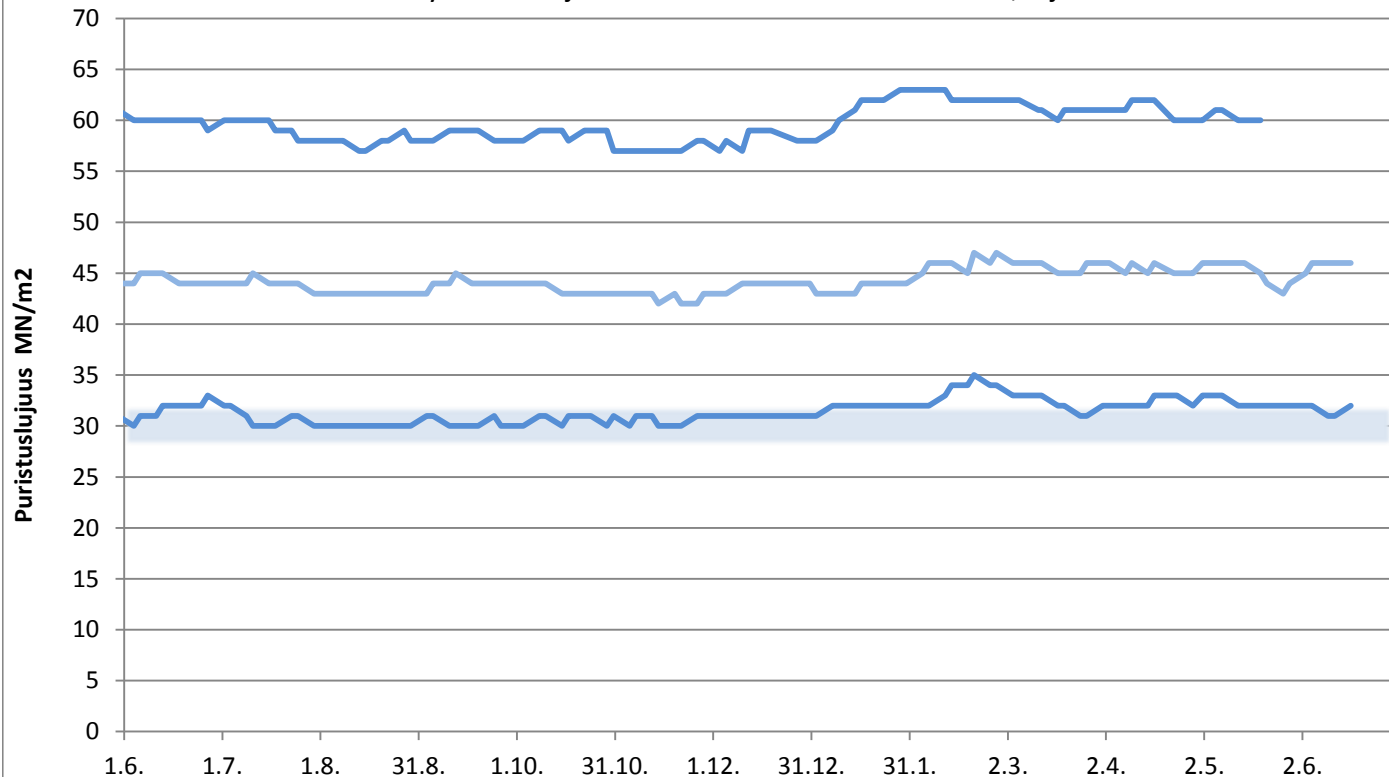


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

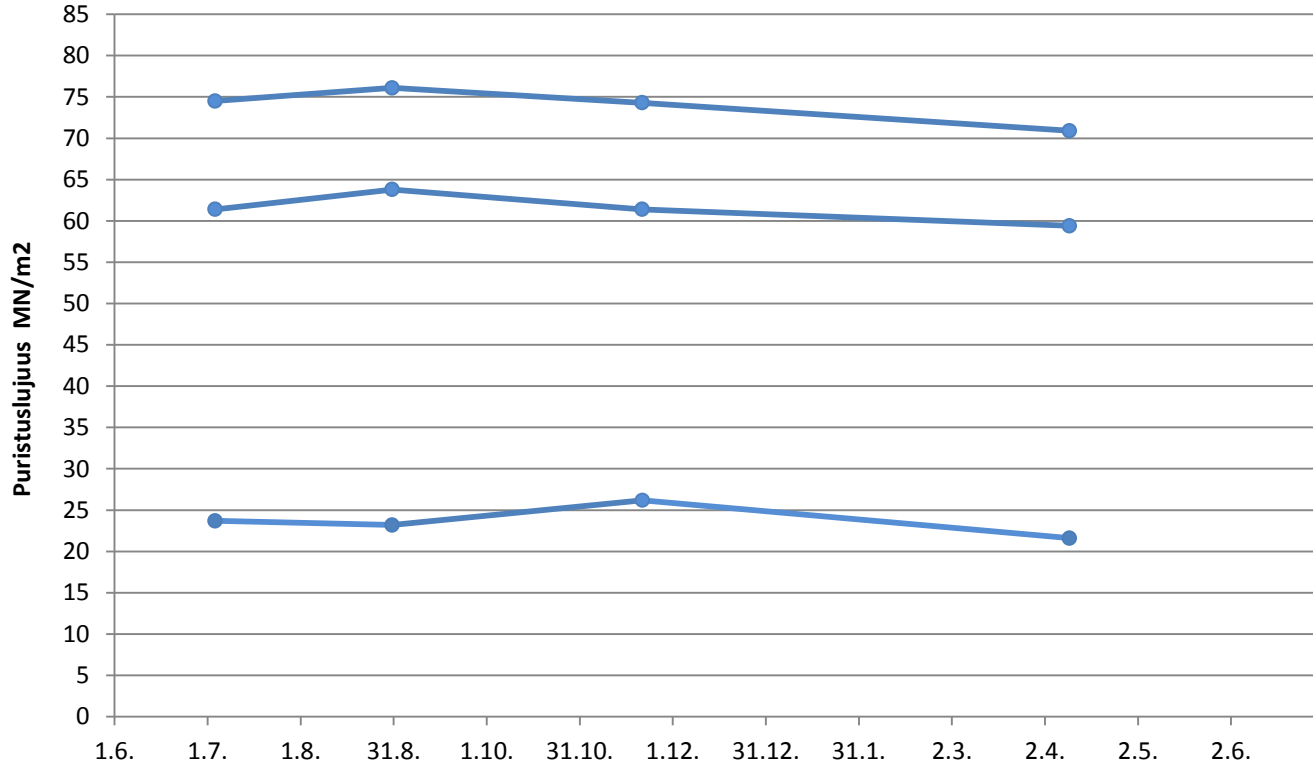


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

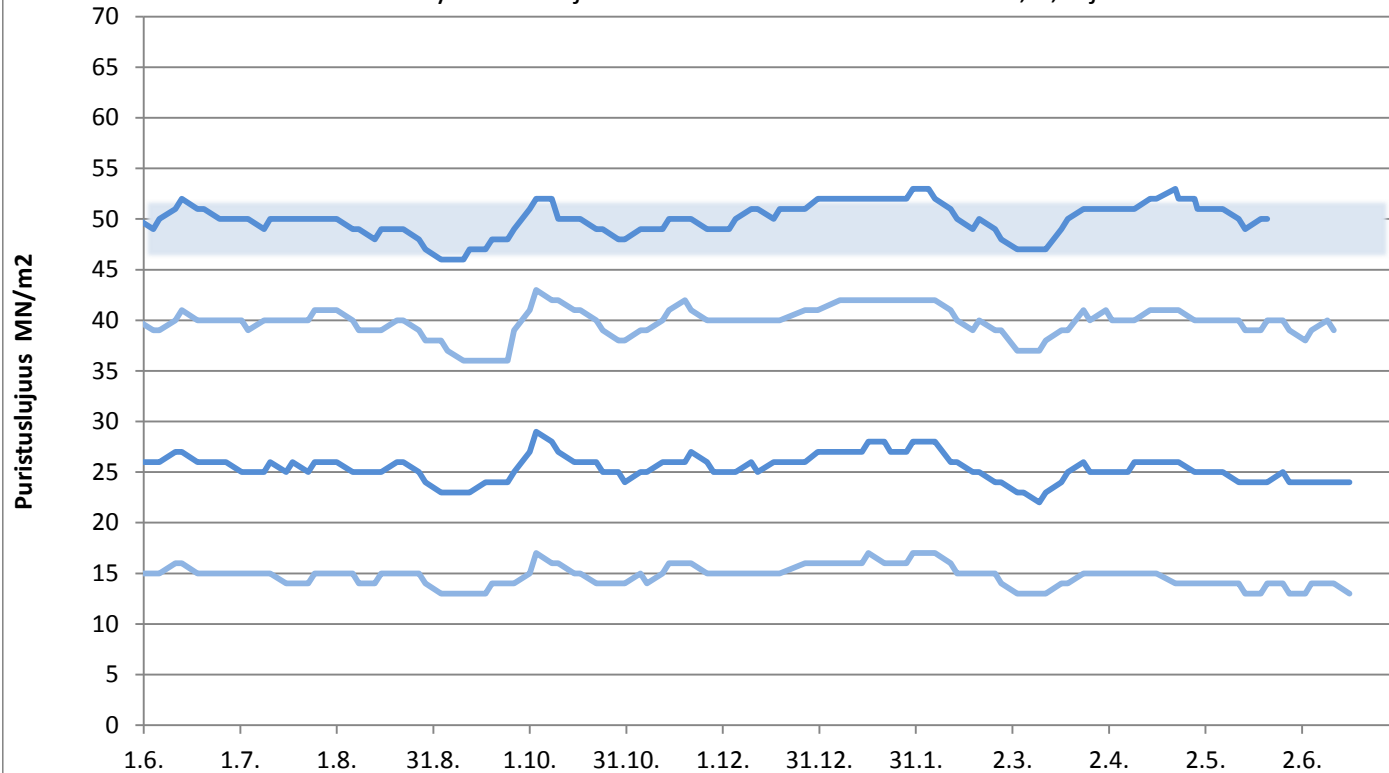


päivitetty 20.6.2019

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

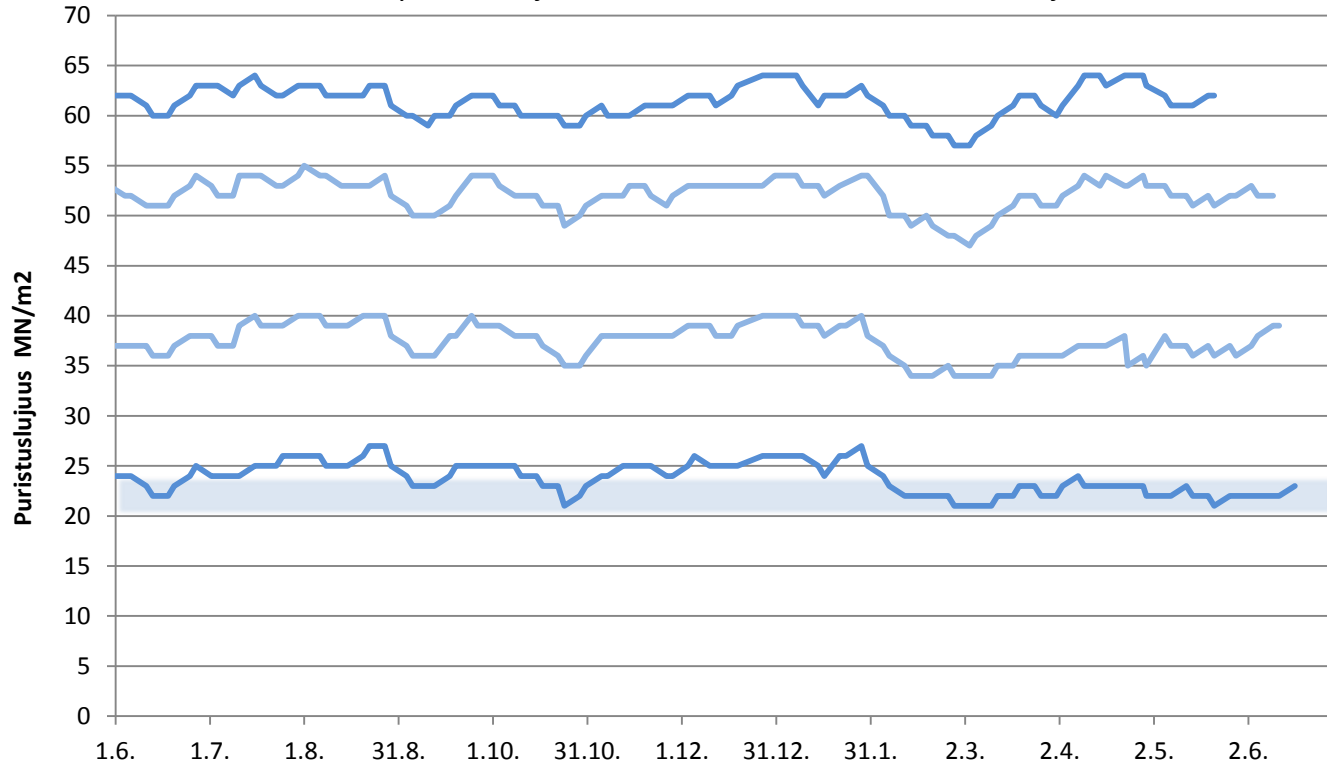


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

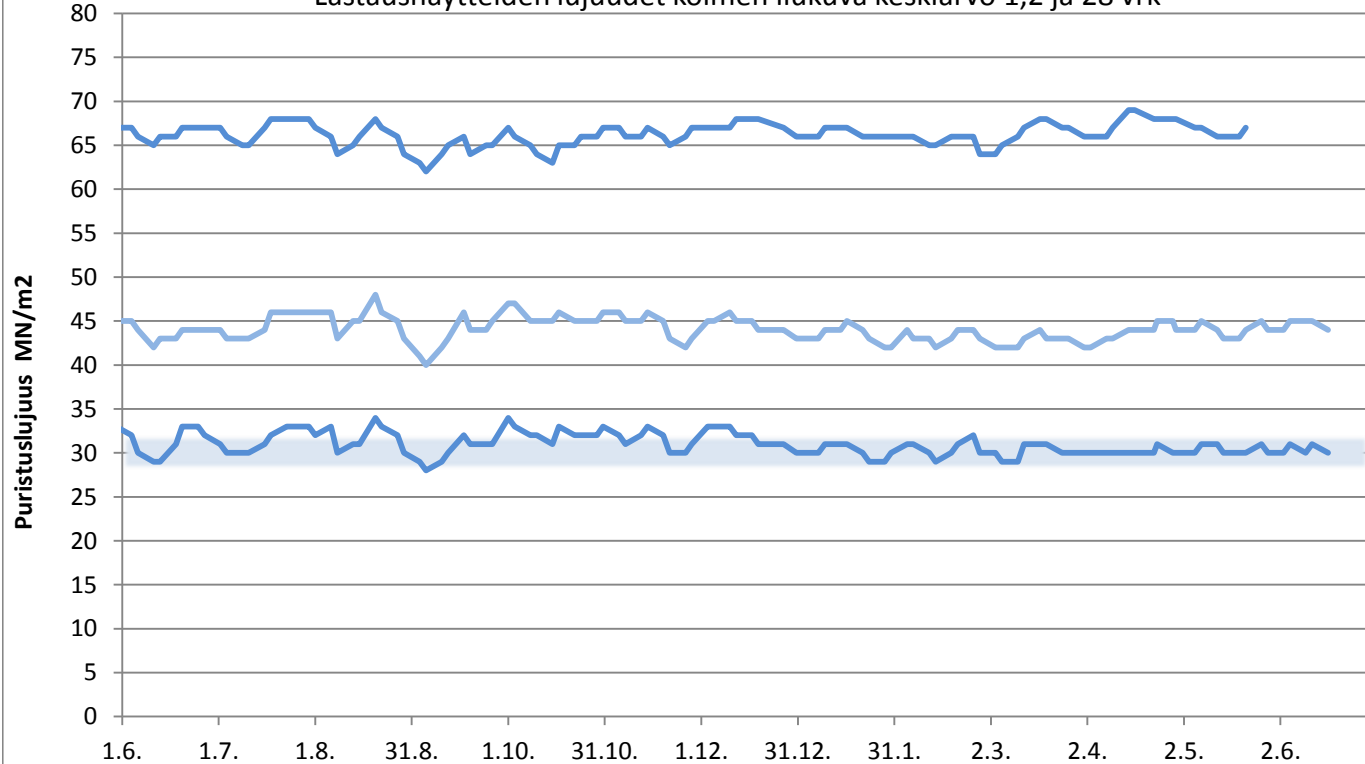


FINSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

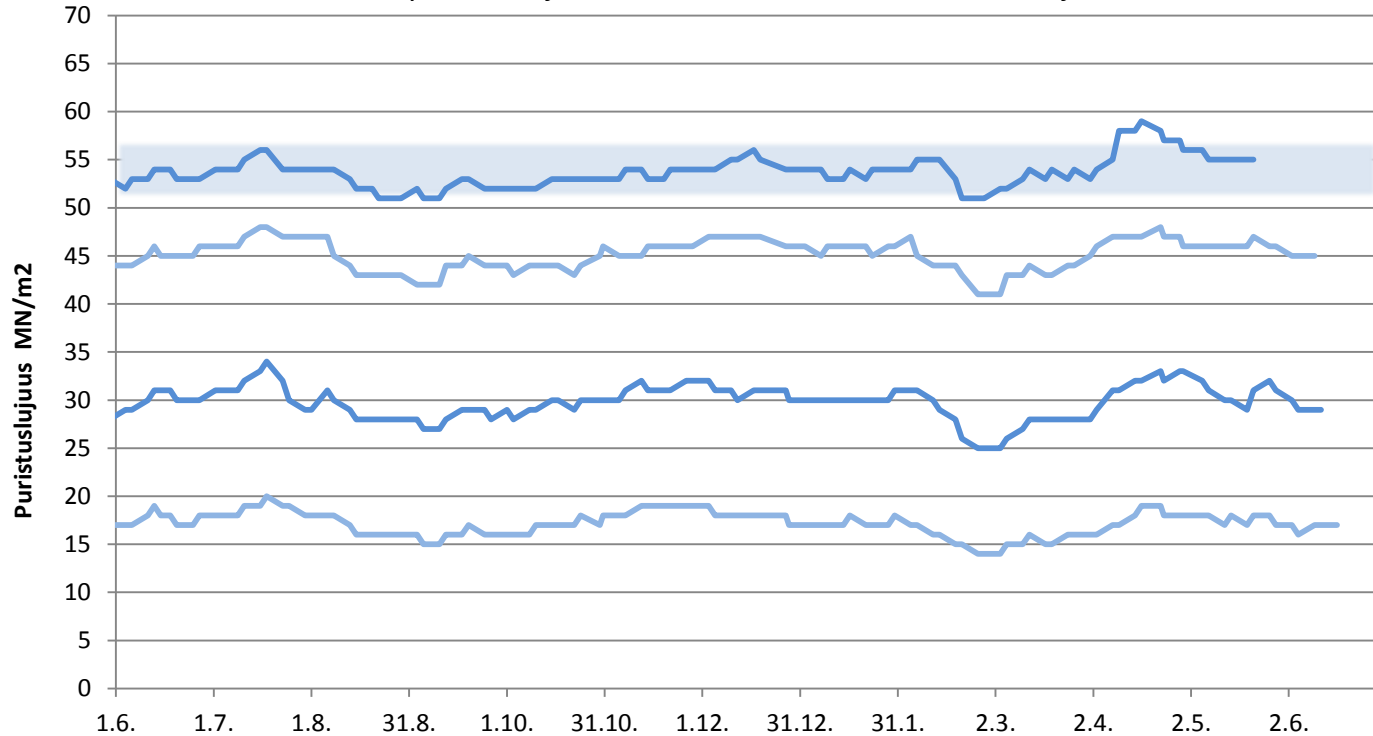


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk

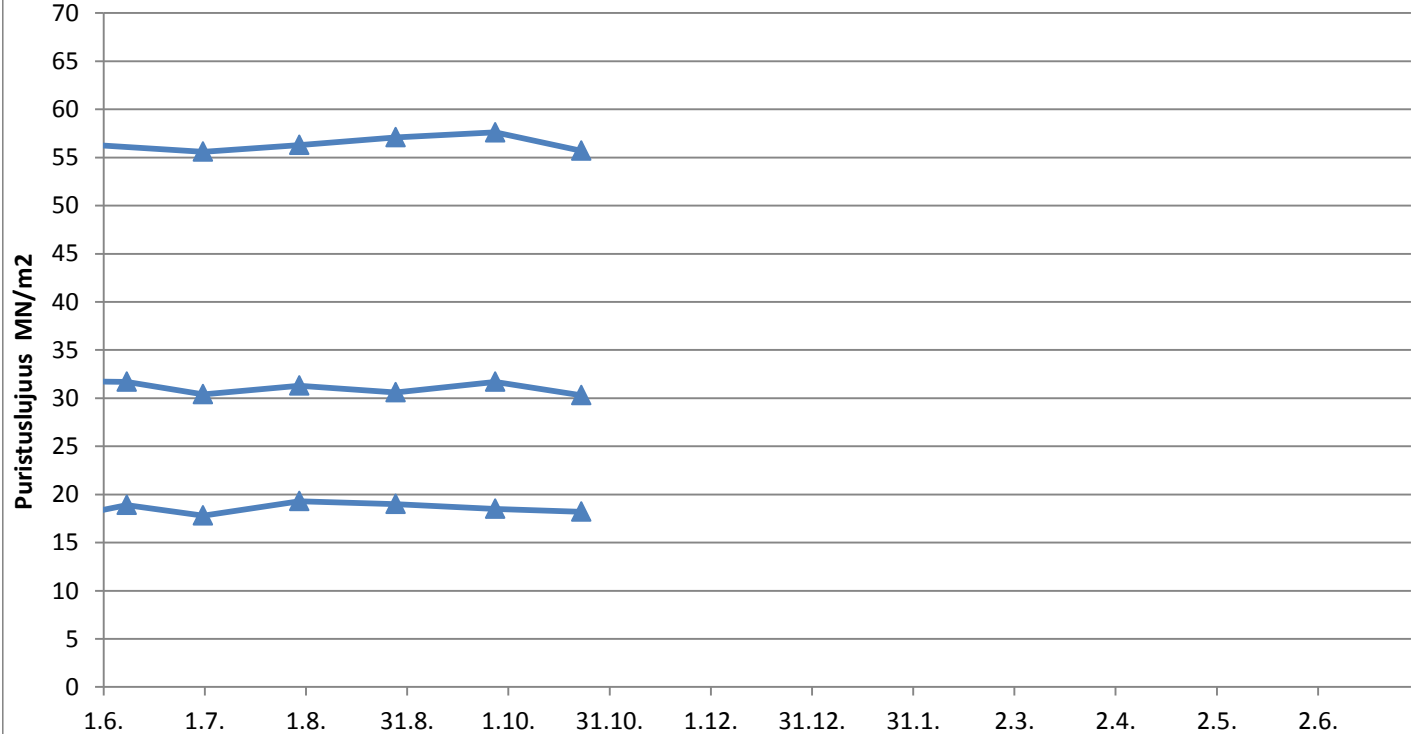


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019


Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

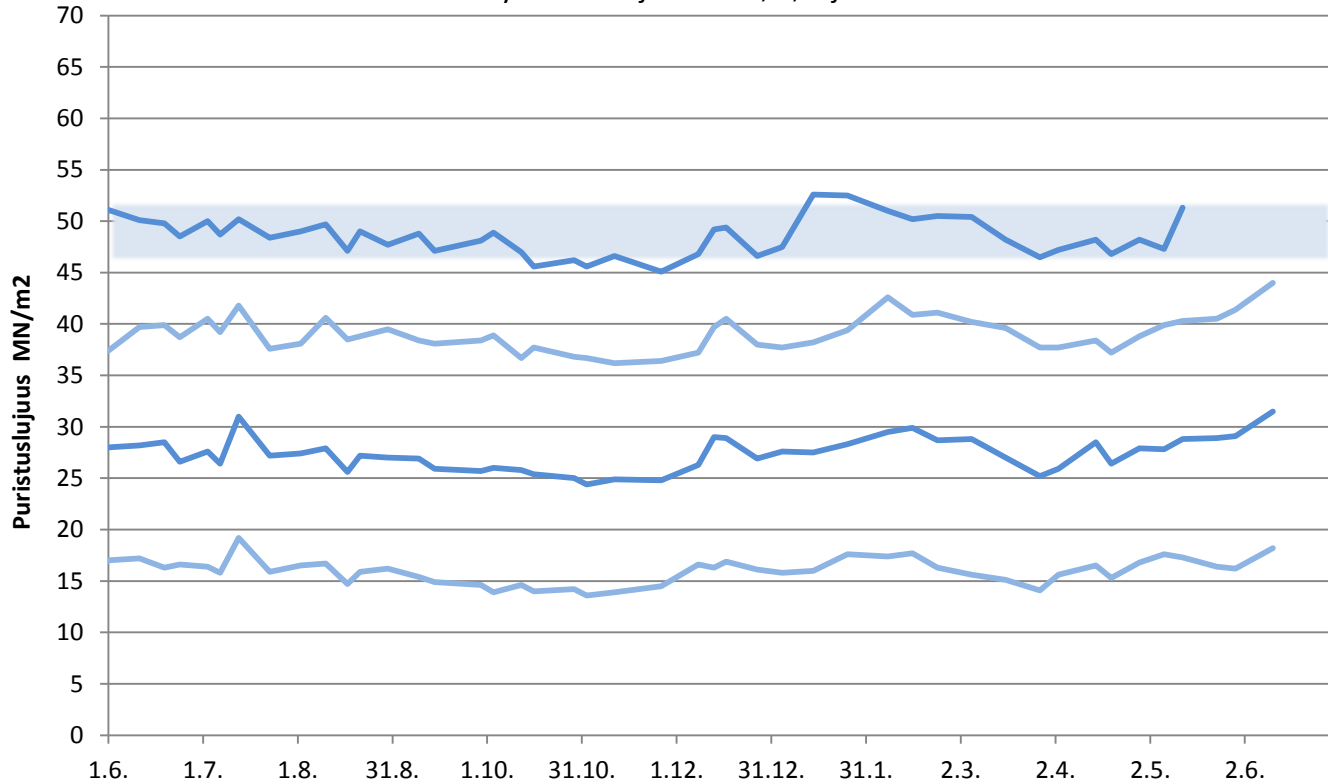


Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

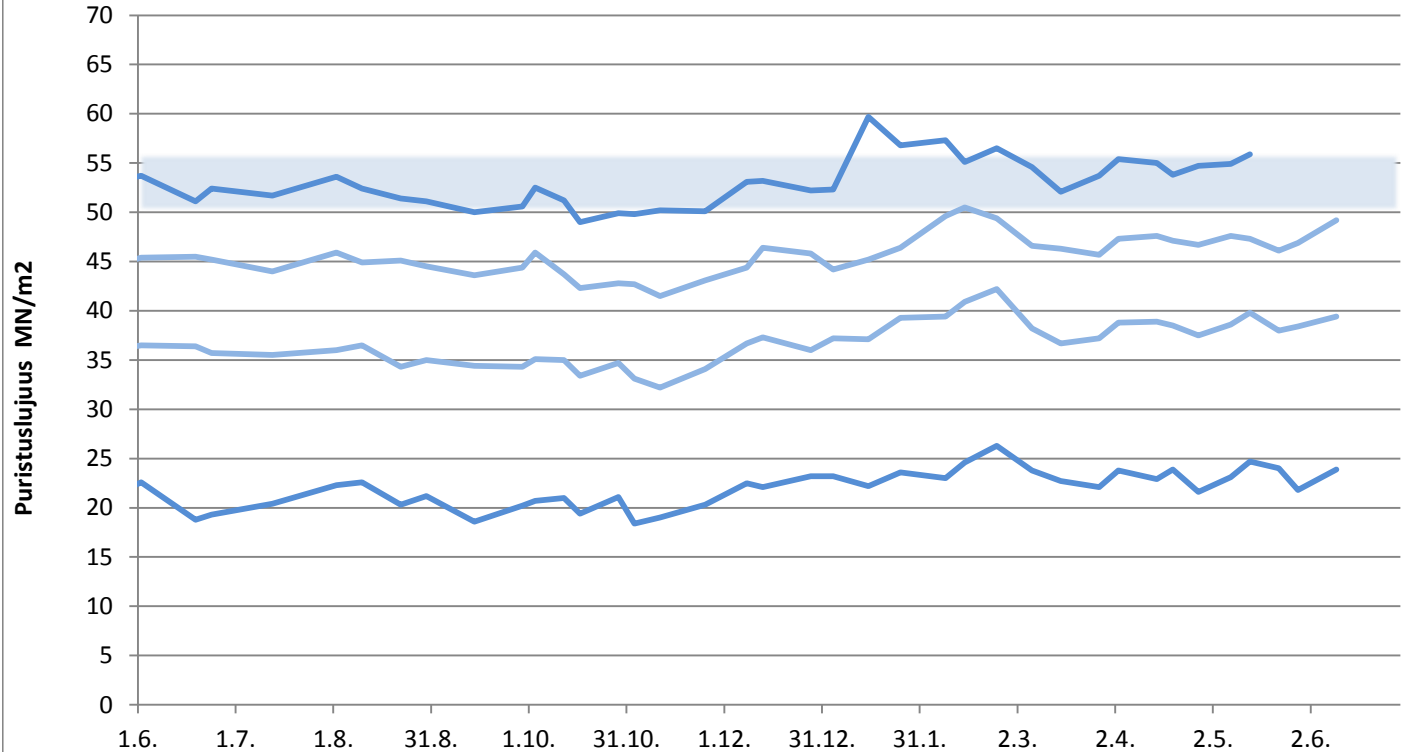

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

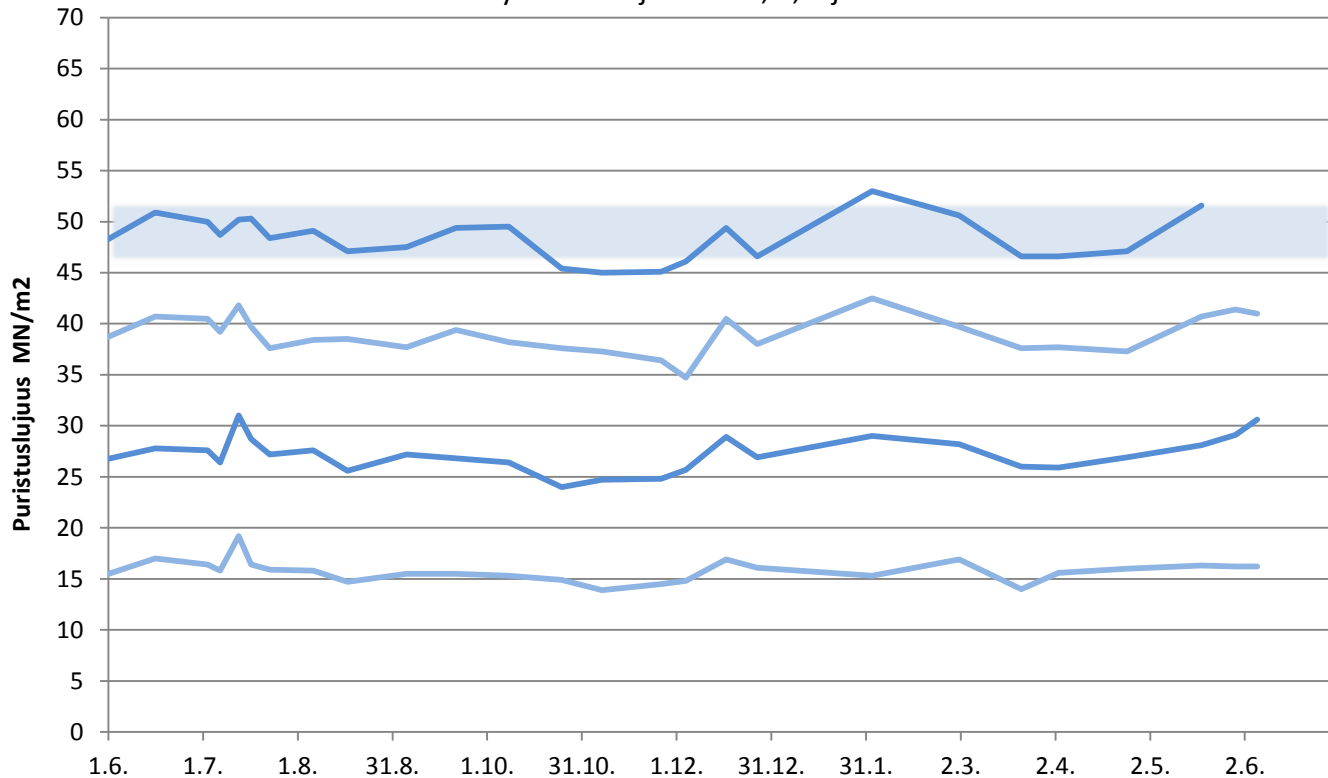


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

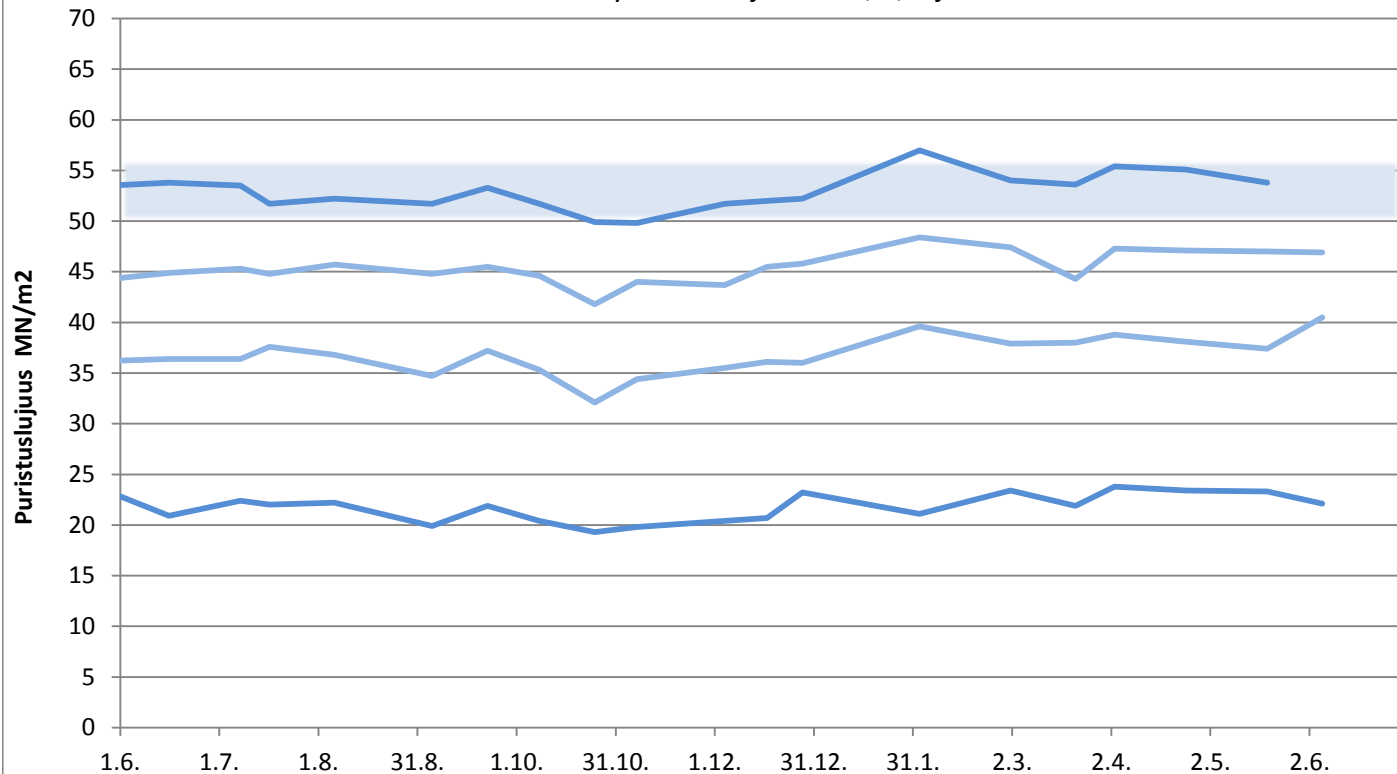


FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

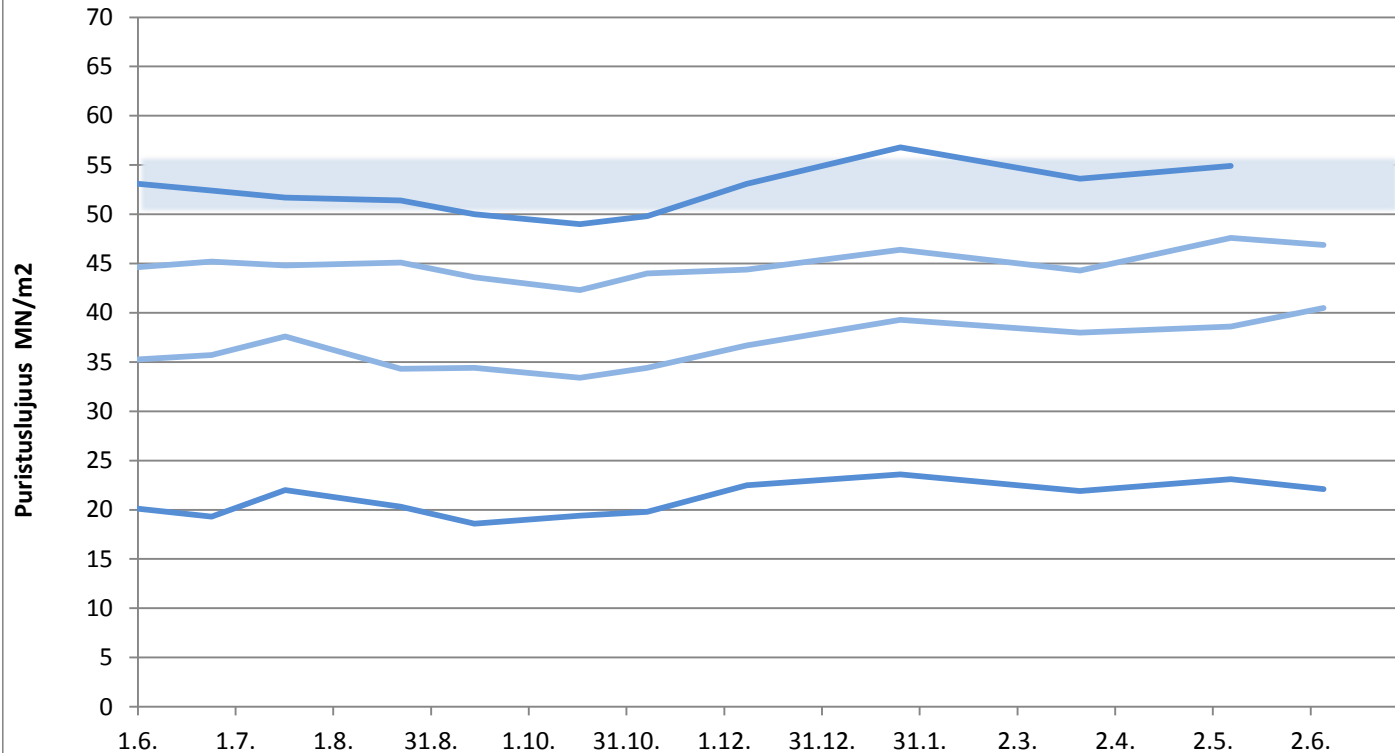

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

päivitetty 20.6.2019

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

